


SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS					
	MATERIAL:	ESTABILIZADO			
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.			
	ORIGEN:	VILLA MONICA			
	DESTINO:				
	EMPRESA:				
	ENSAYO REALIZADOS EL:	05/08/2024			
	MUESTRA TOMADA DE:	cono			
	HORA:	11:00			



ENSAYOS		m m	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO					
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)		1,628	tn/m3	PESO TOTAL:		4,156		Kgs	
Densidad relativa real (IRAM 1533)		2,715	grs/cm3	TAMIZ		Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum	% Q Pasa
Absorción de Agua (24 hs), en Peso (IRAM 1533)		0,6	%	(54 mm)	2 1/2"	0	0	0	100%
Material que Pasa el Tamiz 200, Vía Húmeda, en Peso		5,99	%	(51 mm)	2"	0	0	0	100%
LÍMITES 0/30(% QUE PASA)				(38 mm)	1 1/2"	0	0	0	100%
TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR		(25 mm)	1"	0,000	0	0	100%
2"	100%	100%		(19 mm)	3/4"	0,311	7	7	93%
1 1/2"	95%	100%		(12,7 mm)	1/2"	0,555	13	21	79%
1"	78%	94%		(9,5 mm)	3/8"	0,222	5	26	74%
3/4"	60%	88%		(6,3 mm)	1/4"	0,511	12	38	62%
1/2"	52%	83%		(4,8 mm)	4	0,209	5	44	56%
3/8"	45%	77%		(2,4 mm)	8	0,513	12	56	44%
1/4"	38%	72%		(1,2 mm)	16	0,558	13	69	31%
4	32%	62%		(0,6 mm)	30	0,496	12	81	19%
8	26%	50%		(0,3 mm)	50	0,408	10	91	9%
16	16%	36%		(0,15 mm)	100	0,274	7	98	2%
30	8%	24%		FONDO		0,079	Módulo de Finura		4,65
50	2%	12%				4,136			
100	0%	4%							

GRAFICO

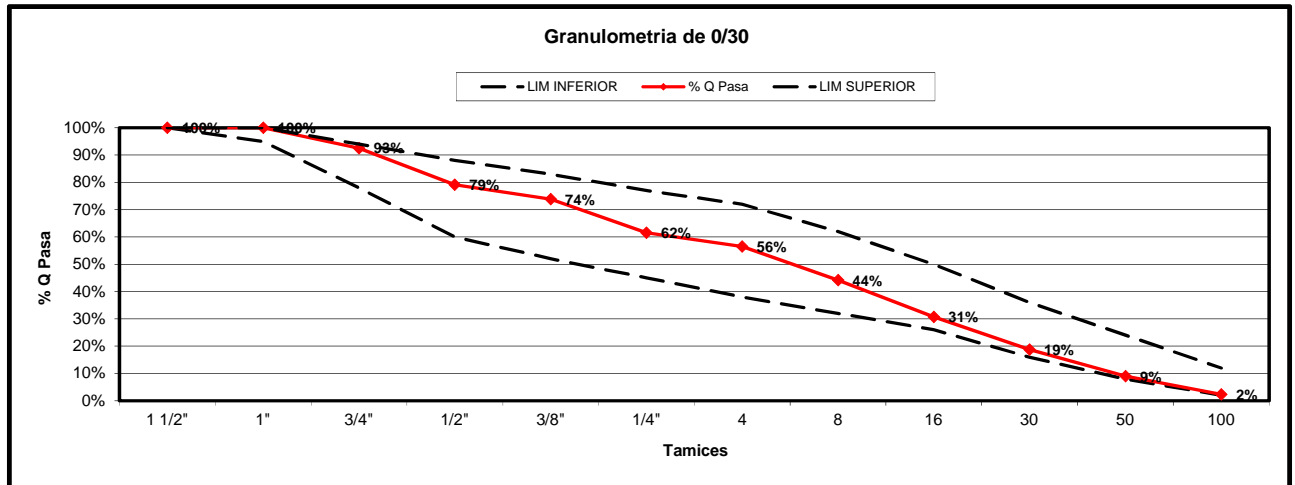

CONFORME



NO CONFORME



INFORME NO CONFORMIDAD N° _____

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Ultima Modificación
1	REG. CP 14	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 14.B	04/04/14	02/01/15	Se actualizan datos de ensayos y se modifica codificación

CANTERAS GUERRICO S.A.
 TEC. SUPERIOR EN MINERA
 DARGEL LEONEL
 REP. CONTROL DE CALIDAD