

# Chapter 1

## 흑연 음극 — $dQ/dV$ 이론과 열특성: 한 곡선과 그 열을 그리는 수식-구동 전개

버전 1.0.25

### 서론

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선  $Q(V)$  의 미분  $dQ/dV$  를 관측 대상으로 삼는다 [14, 17]. 흑연은 리튬을 받아들이며 staging 상전이(stage 4  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  2L  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  1)를 차례로 거치고 [1, 2], 각 전이 전위에서 두 상이 공존하면 전위가 거의 평탄해져 좁은  $dV$  구간에 큰  $dQ$  가 몰린다 — 따라서  $dQ/dV$  가 그 전위에서 봉우리(peak)로 치솟는다. 상전이 하나가 곡선 위 peak 하나로 대응하는 이 사상이 ICA 를 상전이의 지문으로 만든다.

본 장은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 처음부터 끝까지 그대로 따라간다. 계산은 전이 루프에 들어가기 전에 한 번만 실행되는 두 노드 — 외부 실험조건을 모델 입력으로 환산하는 N0 와 측정 전위에서 분극을 벗기는 N1 — 에서 출발해, 전이  $j$  마다 반복하는 전이 루프 N2-N8 로 진행하고, 모든 전이가 루프를 마치면 합산 N9 가 배경 위에 한 곡선을 단는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계의 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다. 곡선에 직접 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “본 장만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

문서는 세 층으로 짜인다. 본론 N1-N9 가 결과로만 받아 쓰는 평형식들(점유 통계·logistic·평균장 상호작용·Nernst 식)을, 본론에 앞선 Part 0 (§1.2) 이 통계역학 첫 원리(분배함수)에서 유도해 둔다. 그 위에서 본론(Part I)이 흑연 곡선 사슬을 닫고, 이어지는 Part T 가 같은 전극·같은 입력에서 곡선 대신 열 — 반응 엔트로피의 세 분포 분해와 가역 발열 — 을 단는다. 곧 본 장은 Part 0  $\rightarrow$  흑연 곡선(Part I)  $\rightarrow$  흑연 열특성(Part T) 의 세 층이다. 같은 골격을 두 번째 활물질에 거는 일은 뒤 장들의 몫이다 — LCO 양극(파라미터 교체에 전자 엔트로피 항 하나를 더한 확장)은 Chapter 2 가, 실리콘계·혼합 음극은 Chapter 3 가 다룬다. 아래 관측이 이 모든 계산이 설명하려는 대상이다.

관측.

$dQ/dV$  상전이 *peak* 의 위치·너비·높이는 (a) 온도  $T$ , (b) 극판 전위, (c)  $C$ -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak* 의 꼬리가 길어져 다음 *peak* 와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak* 를 남기며(충방전 히스테리시스 — 이하 ‘히스’로도 축약), 이 갈림에는 전류를 0 으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

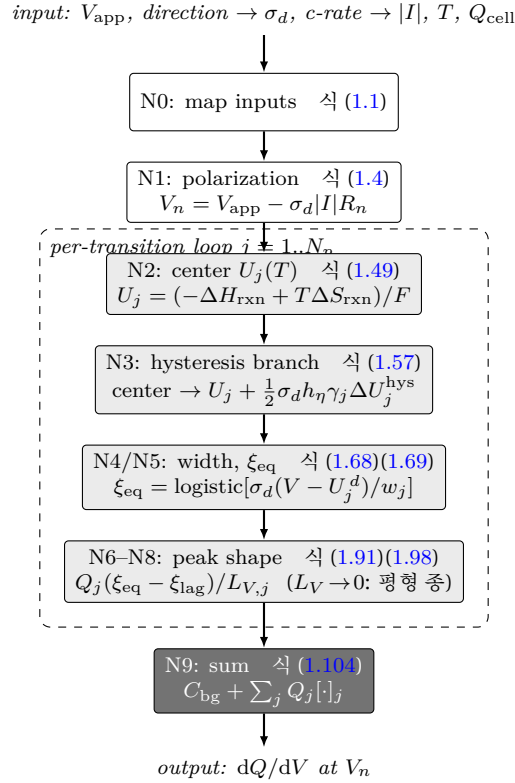


Figure 1: 한 곡선을 그리는 계산 진행(spine). 외부 실험조건 ( $V_{\text{app}}, \text{direction}, c\text{-rate}, Q_{\text{cell}}, T$ ) 이 N0 에서 모델 입력 ( $\sigma_d, |I|$ ) 로 환산되고(식 (1.1)), 분극으로 내부 전위  $V_n$  을 얻은 뒤(N1, 식 (1.4)), 과선 상자 안(전이별 반복 계산 단위,  $j = 1..N_p$ )에서 전이  $j$  마다 평형 중심(N2)·히스 분기(N3)·폭·평형 진행률(N4/N5)을 잇달아 계산하고, 자연 길이  $L_V$  와 peak 모양(N6-N8, 식 (1.91)·(1.98))을 단일 꼬리식으로 얻는다 — 평형 중(식 (1.76))은 그  $L_V \rightarrow 0$  극한이다(식 (1.102)). 모든 전이가 이 loop 를 마치면 N9(진한 상자, 식 (1.104))가 배경 위에 합산한다.

세 인자는 모두 하나의 속도식  $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$  의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽  $\Delta G_a$  자체, C-rate 는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 자연(꼬리)을 낳는다 — 본 장의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 계산 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

## Contents

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 서론                            | 1  |
| 1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑, 분극       | 7  |
| 1.1.1 실험조건 매핑과 방향 부호          | 7  |
| 1.1.2 기호 마스터표와 흑연 staging 개관  | 7  |
| 1.1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로     | 10 |
| 1.1.4 점별 평가 원칙 — 자연 경계가 여는 여유 | 10 |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (Part 0)</b>                                                | <b>11</b> |
| 1.2.1 앙상블과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 $\mu$ . . . . .                                    | 11        |
| 1.2.2 단일 삽입 자리 — 점유 통계와 fluctuation . . . . .                                                  | 13        |
| 1.2.3 $M$ 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피 . . . . .                                           | 17        |
| 1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱 . . . . .               | 18        |
| 1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic . . . . .                      | 19        |
| 1.2.6 다클래스 lattice gas — 전하 보존식의 대정준 반전 . . . . .                                              | 21        |
| 1.2.7 거시 열역학 유도 — $G \equiv H - TS$ , $\Delta G_j = -sFU_j$ , Nernst 식 . . . . .               | 24        |
| <b>1.3 평형 중심 <math>U_j(T)</math> — 열역학적 유도</b>                                                 | <b>24</b> |
| 1.3.1 $G, \mu$ 와 평형 조건 — 유도 . . . . .                                                          | 25        |
| 1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산 . . . . .                                                               | 25        |
| <b>1.4 히스테리시스 분기 중심</b>                                                                        | <b>26</b> |
| 1.4.1 상호작용에 의한 평형 이동 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫 . . . . .                                        | 27        |
| 1.4.2 gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차 . . . . .                                                 | 27        |
| 1.4.3 방향별 분기 중심 $U_j^d$ . . . . .                                                              | 29        |
| <b>1.5 평형 진행률 <math>\xi_{eq}</math> 와 폭 <math>w_j</math></b>                                   | <b>30</b> |
| 1.5.1 평형 진행률 $\xi_{eq}$ — logistic 의 유도 . . . . .                                              | 31        |
| 1.5.2 폭 $w_j$ — 이상 극한·일반화·그 이중지위 . . . . .                                                     | 33        |
| 1.5.3 같은 결과의 분포 관점 — $\xi_{eq}$ 는 평형 점유 분포의 여집합 . . . . .                                      | 35        |
| 1.5.4 stage-2L 의 엔트로피 온도 분리 — 판정자 $d\mu/d\theta _{1/2} = 4RT - 2\Omega$ 와 그 온도<br>서명 . . . . . | 36        |
| <b>1.6 평형 peak — <math> I  \rightarrow 0</math> 기준선</b>                                        | <b>40</b> |
| <b>1.7 두-상 broadening — 평형 델타의 실측 중 전환과 폭 <math>w_j</math> 의 지위</b>                            | <b>43</b> |
| 1.7.1 전이별 출발 — 애초에 중인 전이와 평형 델타인 전이 . . . . .                                                  | 43        |
| 1.7.2 둘째 부류 델타의 중 전환 — broadening 의 세 출처 . . . . .                                             | 43        |
| 1.7.3 broadening 유도의 경계 . . . . .                                                              | 47        |
| <b>1.8 동역학 지연 길이 <math>L_V</math></b>                                                          | <b>49</b> |
| 1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 $L_q$ . . . . .                                                       | 49        |
| 1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력 . . . . .                                         | 50        |

|               |                                                       |           |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1.8.3         | 방향별 전달 계수와 유효 장벽                                      | 50        |
| 1.8.4         | $L_q$ 의 평가와 전압축 환산 $L_V$                              | 51        |
| <b>1.9</b>    | <b>인과 기억 꼬리와 충전에서의 방향 반전</b>                          | <b>52</b> |
| 1.9.1         | 인과 기억 적분과 지연 진행률 $\zeta_{\text{lag}}$                 | 52        |
| 1.9.2         | peak 모양과 그 평형 극한                                      | 53        |
| 1.9.3         | 충전에서의 방향 반전 — 진행 방향의 과거                               | 54        |
| <b>1.10</b>   | <b>합산과 흑연 staging 초기값</b>                             | <b>55</b> |
| 1.10.1        | staging 전이 초기값 — 피팅 출발점                               | 56        |
| 1.10.2        | 끝-대-끝 계산 예제 — $V_n = 0.085$ V 한 점                     | 57        |
| <b>Part T</b> | <b>흑연 열특성: 엔트로피 분해와 가역 발열</b>                         | <b>59</b> |
| <b>서</b>      | <b>엔트로피의 통계적 기초</b>                                   | <b>59</b> |
| <b>1.11</b>   | <b>격자기체 분배함수에서 점유 분포로</b>                             | <b>60</b> |
| 1.11.1        | 단일 자리 대정준 분배함수                                        | 60        |
| 1.11.2        | 전기화학 퍼텐셜과 Part I logistic 의 기원                        | 61        |
| 1.11.3        | 다자리 평균장 — Bragg-Williams 와 상호작용                       | 62        |
| <b>1.12</b>   | <b>점유 분포에서 configurational 엔트로피로</b>                  | <b>63</b> |
| 1.12.1        | $S_{\text{config}}$ 와 부분물 형태                          | 63        |
| 1.12.2        | 온도 미분 $\partial V/\partial T _\xi - w$ 에 담긴 config    | 63        |
| 1.12.3        | 분해 원리 — 이중계산 금지 (파생 B 본체)                             | 64        |
| 1.12.4        | 문헌 검증 — Part I staging 엔트로피와의 정합                      | 65        |
| <b>1.13</b>   | <b>vibrational(포논)·electronic(전자) 엔트로피 — 두 분포의 추가</b> | <b>66</b> |
| 1.13.1        | vibrational 엔트로피 — 포논 Bose-Einstein 분포                | 66        |
| 1.13.2        | electronic 엔트로피 — Fermi-Dirac 분포와 Sommerfeld 항        | 67        |
| 1.13.3        | 세 분포의 총괄과 반응 vs 활성화 엔트로피                              | 68        |
| <b>1.14</b>   | <b>전이 중심의 온도 확장 — Einstein 진동 보정</b>                  | <b>68</b> |
| 1.14.1        | 단형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})$ 와 두 극한           | 68        |
| 1.14.2        | 기준온도 편차와 중심 이동 — round-trip 정합                        | 69        |
| 1.14.3        | 수치 크기와 식별 — 3온도점                                      | 70        |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.15 섞임과 겹침 — 분포가 만드는 <math>\partial U_{oc}/\partial T(x)</math> 의 모양</b>        | <b>70</b> |
| 1.15.1 파생 A — 음함수 사슬과 겹침 가중                                                         | 71        |
| 1.15.2 파생 A(이어서) — 단순식과 완전식: 계단이 아닌 연속 블렌드                                          | 72        |
| 1.15.3 파생 B — 봉우리 내부 config 와 이중계산 분리                                               | 74        |
| 1.15.4 파생 C — 폭 $w$ 의 이중지위: 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 피팅 폭                               | 74        |
| 1.15.5 파생 D — 히스테리시스: 충/방전 분기와 가역/비가역 분리                                            | 75        |
| <b>1.16 극한과 코너(corner case) — 분포 검산과 “<math>\Delta S_{rxn,j}</math> 상수” 근사의 타당성</b> | <b>76</b> |
| <b>1.17 가역 발열 — 분포를 재배열하는 열</b>                                                     | <b>76</b> |
| 1.17.1 에너지 수지와 두 전제                                                                 | 77        |
| 1.17.2 부호와 라벨 층위 — “방전( $I > 0$ )” 의 충돌                                             | 77        |
| 1.17.3 분포 재배열 열로서의 해석                                                               | 78        |
| <b>1.18 계산용 종합식과 계산 예제</b>                                                          | <b>78</b> |
| 1.18.1 종합식과 입력 사양                                                                   | 78        |
| 1.18.2 계산 예제 — stage $2 \rightarrow 1$ 부근 한 점의 가역 발열                                | 79        |
| 1.18.3 SOC 부호 교대 — 다섯 점으로 확장                                                        | 80        |
| <b>1.19 방법론 출구와 적용 한계</b>                                                           | <b>81</b> |
| 1.19.1 다운로드 $dQ/dV$ 에서 중심 표준값 추정 절차                                                 | 81        |
| 1.19.2 모델의 한계                                                                       | 82        |
| <b>Part T 맺음</b>                                                                    | <b>83</b> |
| <b>1.20 전체 입력 인자와 피팅 준비 — 진행 요약</b>                                                 | <b>83</b> |
| 1.20.1 전체 진행 요약                                                                     | 84        |
| <b>A 곡선 부호 사슬 검산표</b>                                                               | <b>84</b> |
| <b>B 곡선 계산 구현 대응표</b>                                                               | <b>86</b> |
| <b>부록 C — 열특성 기호·부호 함정 검산표</b>                                                      | <b>91</b> |
| <b>부록 D — 열특성 코드 구현 요구명세(회귀 기준·하위호환)</b>                                            | <b>92</b> |
| <b>E 자기일관 해법 — ratio 닫힘과 전달함수</b>                                                   | <b>93</b> |
| E.1 비선형 Volterra 자기일관과 동결 0차 기준                                                     | 94        |

|     |                                            |    |
|-----|--------------------------------------------|----|
| E.2 | 1차 ratio 닫힘 — 사용자 방법론의 이식 . . . . .        | 95 |
| E.3 | ref. 방법론 도입 기록 — 서지·위치·구조·매핑·가정차 . . . . . | 95 |
| E.4 | 타당성 부등식 — 동결 근사의 유효 조건 . . . . .           | 96 |
| E.5 | 전달함수 — 동결 기준해의 주파수영역 형태 . . . . .          | 97 |
| E.6 | 구현 대응 지도 . . . . .                         | 97 |

## 1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑, 분극

계산 진행(그림 1)의 첫 두 노드는 전이 루프에 들어가기 전에 한 번만 실행된다 — 실험조건을 모델 입력으로 환산하는 N0 와, 측정 전위에서 분극을 벗겨 내부 전위를 얻는 N1 이다. 이 절은 그 둘을 한데 묶어, 이후 모든 전이 계산이 닫고 설 기호·부호 규약과 두 전위를 세운다.

### 1.1.1 실험조건 매핑과 방향 부호

계산의 출발점은 실험조건 ( $V_{app}, direction, c\_rate, Q_{cell}, T$ ) 을 받아 그 첫 일로 이를 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호  $\sigma_d$  로, C-rate 는 전류 크기  $|I|$  로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c\_rate \cdot Q_{cell} \quad (\text{또는 } I_{abs} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

$c\_rate$  는 시간 역수이므로  $Q_{cell}$  과 시간 단위를 맞춰 대입한다( $[1/h] \cdot [A h] \rightarrow [A]$ ; 정규화  $Q_{cell}=1$  에서는 무차원 배율). 방향 부호가 실제로 작용하는 자리는 셋뿐이다 — 분극 부호(N1)·분기 중심 선택(N3)·꼬리(N7·N8: 방향별 전달계수  $\chi_d$  가 꼬리 길이를, 적분 방향(식 (1.103))이 인과 기억의 진행 방향을 가른다). 그 밖에서 평형 종 자체는 방향 불변이며(아래 절들에서 식으로 회수), 본 장이 뽑는 양은  $dQ/dV$  한 곡선이다.

**전이 인덱스.**  $j = 1, \dots, N_p (N_p \approx 3-4)$ . 전이  $j$  의 진행률  $\xi_j$  (방전 시  $0 \rightarrow 1$  로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중  $Q_j$ . 박스 결과식은  $j$  첨자를 단다. 점유율과 진행률은  $\theta_j = 1 - \xi_j$  로 묶이며(점유  $\theta$  가  $1 \rightarrow 0$  줄어드는 것이 진행  $\xi$  가  $0 \rightarrow 1$  는는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

**부호 규약.** 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li<sup>+</sup>)다. 방향 부호  $\sigma_d = \pm 1$  (방전 +1/충전 -1) 이며, 평형 진행률  $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$  에서 방전 ( $\sigma_d = +1$ )은  $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$  (전위를 올리면 탈리튬화).분기 중심  $+\frac{1}{2}\sigma_d(\dots)$  는  $\sigma_d$  를 따라 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 적분 방향이 반전된다. 이 규약은 §1.1–§1.10 전건에서 유지되고 §A 가 전수 검산하며, Chapter 2(LCO) 는 같은 규약을 전극-중립형으로 잇는다 —  $\sigma_d$  슬롯의 물리는 “탈리튬화 = +1” 그대로이고, 양극에서는 셀 라벨(충·방전)이 식 (2.1) 로 환산되어 들어온다(§2.1). 유도 편의를 위해 §1.3·§1.4 의  $U_j$  정의 관례에는 항상 +1 인 고정 부호  $s$  를 따로 두는데, 이는 방향에 따라  $\pm 1$  로 바뀌는  $\sigma_d$  와 별개다 —  $s$  는 Part 0 의 박스에서 명시적으로 유지되다가 본론의 결과-사슬 boxed 식에서  $s=1$  로 대입돼 소멸한다.

### 1.1.2 기호 마스터표와 흑연 staging 개관

표 1 이 본론 전건에서 쓰는 기호·단위·의미의 마스터 대응이다. 실험조건 매핑 N0 의 전제이자 이후 절의 참조 기준이며, 물리 기호와 구현 식별자의 대응은 부록 B(표 10)에 따로 둔다. 이 표는 참조용 조희표다 — 각 기호는 해당 절에서 정식으로 도입·유도되므로, 처음 읽을 때 전량을 새길 필요 없이 훑어 두고 본문 진행 중 기호를 만날 때 되짚는 용도로 쓰면 된다.

Table 1: 기호·단위·의미 대응표 — N0 실험조건 매핑 전체.

| 기호                                                 | 단위               | 의미                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — 실험조건·방향(N0·N1) —                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| $\sigma_d$                                         | —                | 방향 부호 — 방전 +1/충전 -1                                                                                                                                                                                                |
| $s$                                                | —                | 유도 전용 고정 부호 — 항상 +1 (§1.3·§1.4 의 $U_j$ 정의 관례);<br>방향에 따라 $\pm 1$ 로 바뀌는 $\sigma_d$ 와 별개, 본론 결과-사슬 boxed<br>식에서 $s=1$ 대입돼 소멸(Part 0 의 박스는 $s$ 를 명시 유지)                                                               |
| $ I $                                              | A                | 전류 크기 = c-rate $\cdot Q_{\text{cell}}$                                                                                                                                                                             |
| $Q_{\text{cell}}$                                  | C(또는 A h)        | 셀 용량(전하); $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 환산· $ I $ 환산 공용 — $ I $ 환산<br>시 c-rate 와 시간 단위 정합                                                                                                                                |
| $T$                                                | K                | 온도 — 스칼라(등온) 또는 $V_{\text{app}}$ 길이 배열( $T(V)$ 비등온)                                                                                                                                                                |
| $T_{\text{rep}}$                                   | K                | 비등온 시 전이당 상수 평가에 공통으로 쓰는 전 구간 평균<br>$\bar{T}$ (전이 차별 평균이 아니라 진행 구간 전체의 단일 평균) —<br>N3·N7 대표조건 평가(분기 중심·지연 길이)                                                                                                      |
| $R_n$                                              | $\Omega$         | 음극 lumped 분극 저항                                                                                                                                                                                                    |
| $V_{\text{app}}$                                   | V                | 인가(측정) 전위 배열                                                                                                                                                                                                       |
| $V_n$                                              | V                | 내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d  I  R_n$                                                                                                                                                                   |
| — 평형 중심·폭·진행률(N2·N4·N5) —                          |                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| $U_j(T)$                                           | V                | 전이 $j$ 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T \Delta S_{\text{rxn}})/F$                                                                                                                                           |
| $\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$ | J/mol; J/(mol K) | 삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)                                                                                                                                                                                       |
| $n_j$                                              | —                | 폭 다중도( $w = n_j RT/F$ ; 폭 $w$ 를 직접 주면 $n = wF/RT$<br>역산)                                                                                                                                                           |
| $w_j$                                              | V                | 전이 폭 척도 = $n_j RT/F$                                                                                                                                                                                               |
| $\xi_{\text{eq},j}$                                | —                | 평형 진행률(logistic)                                                                                                                                                                                                   |
| $Q_j$                                              | C                | 전이 $j$ 용량 가중                                                                                                                                                                                                       |
| $C_{\text{bg}}$                                    | C/V              | 배경 미분용량(상수 또는 $V$ 함수)                                                                                                                                                                                              |
| — 히스테리시스 분기(N3) —                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| $\Omega_j$                                         | J/mol            | 정규용액(regular solution) 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상<br>분리·히스)                                                                                                                                                              |
| $T_{c,j}$                                          | K                | 히스 문턱 임계온도 = $\Omega_j/2R$ (식 (1.31))                                                                                                                                                                              |
| $\gamma_j$                                         | —                | 분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)                                                                                                                                                                     |
| $\Delta U_j^{\text{hys}}$                          | V                | spinodal 상한 분기 gap                                                                                                                                                                                                 |
| $h_{\eta,j}$                                       | —                | 부분 cycle 인자(기본 1)                                                                                                                                                                                                  |
| $U_j^d$                                            | V                | 방향별 분기 중심                                                                                                                                                                                                          |
| — 동역학 꼬리(N7·N8) —                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| $\chi$                                             | —                | 전이상태 분율 위치(전달 계수); 방향별 $\chi_d$                                                                                                                                                                                    |
| $\chi_d$                                           | —                | 방향별 전달 계수 — 방전 $\chi$ /충전 $1 - \chi$                                                                                                                                                                               |
| $\mathcal{A}_j, \mathcal{A}$                       | J/mol            | affinity(구동력) — 첨자형 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j)$ 는 유<br>도용 일반 구동력 (§1.5; N7 일반형은 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$<br>가 더해짐), 무첨자 $\mathcal{A}$ 는 꼬리 컷점에 동결한 값 =<br>$\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ (§1.8) |
| $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$                   | J/mol; J/(mol K) | 활성화 엔탈피·엔트로피(속도)                                                                                                                                                                                                   |
| $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$                      | J/mol            | 유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$                                                                                                                                                                               |



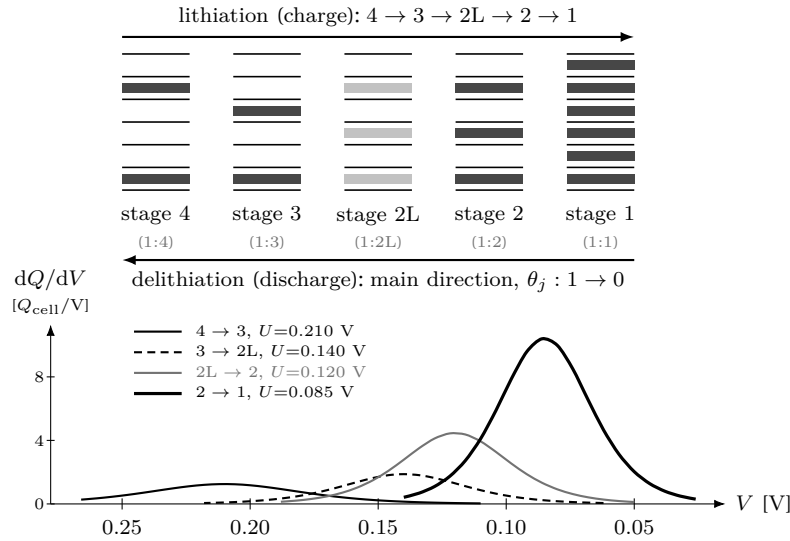


Figure 2: 흑연 staging 의 갤러리 채움 도식(위)과 대응  $dQ/dV$  peak(아래, 식 (1.76) 의 수치 평가 —  $dQ/dV = Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$ , 표 2 의  $U_j, Q_j$  와 §1.10 폭 폴백  $w_j$ ). 위: 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1( $\text{LiC}_6$ , 완전 채움)에 닿고, 열 아래 비율(1:4→1:1)이 각 stage 의 갤러리 점유 주기다. stage 2L 은 먼내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 아래: 폭 폴백 값으로 평가한 네 전이 peak — 높이  $Q_j/(4w_j)$  는 전이마다 크게 다르다 ( $2 \rightarrow 1$  이 가장 큼,  $10.4 Q_{\text{cell}}/V$ ;  $n_j=1$  우선의 실제 초기 폭  $w=RT/F$ 에서는 4.87 — §1.10). 주의 — 위 갤러리 열 간격은 범주형(등간격 스케치)이고 아래  $V$  축은 실제 전위 스케일(비등간격 —  $3 \rightarrow 2L$  과  $2L \rightarrow 2$  은 겨우 20 mV 차이로 갤러리 열 간격에 선형 정렬되지 않는다)이라, 둘은 전이명(예  $2 \rightarrow 1$ )으로만 대응시킨다. 본 장 방향은 방전(탈리튬화)이다.

| 기호                   | 단위                         | 의미                                                          |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $L_{q,j}$            | —                          | 용량축 지연 길이                                                   |
| $L_{V,j}$            | V                          | 전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$                         |
| $ dV/dq _{q_a}$      | V                          | 컷점 OCV(open circuit voltage) 기울기( $L_q \rightarrow L_V$ 환산) |
| $z_{\text{cut}}$     | —                          | 컷 affinity 의 $z = A/(n_j RT)$ (기본 4.357)                    |
| $A_{\text{cap}}$     | —                          | 컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)                                    |
| $\xi_{\text{lag},j}$ | —                          | 인과 기억 적분된 진행률                                               |
| — 상수 —               |                            |                                                             |
| $R, F, k_B, h$       | J/(mol K), C/mol, J/K, J s | 기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck                            |

흑연 staging 의 갤러리 채움을 그림 2 에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak 를 남기고, 흑연 staging 네 전이의 초기값(문헌 기반[1, 2] — 값의 확정과 tier 는 §1.10 표 2 소관)이 이 네 전이에 대응한다. 이 그림이 서론에서 말한 “상전이 하나 = peak 하나”의 실제 모양이며, 아래  $dQ/dV$  축은 평형 종식 (1.76)(§1.6)을 표 2 의  $U_j, Q_j$  와 §1.10 의 폭 폴백 값  $w_j$ (0.020/0.016/0.014/0.012 V —  $n$  입력 제거 시 활성화되는 전이별 대안폭)로 평가한 것이다. 실제 초기 상태는  $n_j=1$  이 우선이라 네 전이 균일  $w = RT/F$  로 평가되며(§1.10, 그림 18), 여기서는 전이별 폭·높이 차이를 드러내는 폴백 폭 쪽을 보였다.

이 골격의 두 번째 전극(LCO 양극) 일반화는 Chapter 2(§2.1)가 연다. 그에 앞서, N0 의 남은 한 걸음인 분극 환산(N1)을 다음 소절이 마친다.

### 1.1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로

계산의 첫 물리식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위  $V_{app}$ 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 성립하는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위  $V_n$ 이다.

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기  $|I|$ 가 lumped 저항  $R_n$ 을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기  $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이므로 한 방향(방전)에서

$$V_{app} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.2)$$

로 적는다 — 방전( $\sigma_d = +1$ )은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다( $V_{app} > V_n$ ). 충전( $\sigma_d = -1$ )은 부호가 반대다. (b) 연산 —  $V_n$ 으로 이항. 식 (1.2)을  $V_n$ 에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.3)$$

(c) 박스 — 두 방향을 한 식으로.  $\sigma_d$ 가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.3)가 곧 박스다:

$$\boxed{V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n} \quad (1.4)$$

부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서  $V_n = V_{app} - |I|R_n < V_{app}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서  $V_n = V_{app} + |I|R_n > V_{app}$  —이며,  $|I| \rightarrow 0$  또는  $R_n = 0$ 에서  $V_n = V_{app}$ 로 두 전위가 일치한다.

### 1.1.4 점별 평가 원칙 — 자연 경계가 여는 여유

이후 모든 전이 계산은 내부 전위  $V_n$ 이 주어지는 낱말의 점에서 직접 단한다 — 전이  $j$ 의 기여  $[\text{peak shape}]_j(V_n)$ 은 그 점 하나만으로 완결되는 값이고, 공유된 보조 좌표를 거치지 않는다. 전이의 인과 기억 (§1.9의 식 (1.97))은 하한  $u \rightarrow -\infty$ (방전) 또는 상한  $u \rightarrow +\infty$ (충전)를 여는 적분이므로, 꼬리가 들어올 여유는 그 극한 자체가 이미 무한히 열려 둔다 — 평가점  $V$  근방의 과거를 몇 배의  $L_{V,j}$ 만큼만 들여다보면 지수 가중치  $e^{-|V-u|/L_{V,j}}$ 가 스스로 그 바깥을 무시할 만큼 작게 만드므로(적분의 유효 지지폭은  $L_{V,j}$  규모), 전이마다 필요한 과거의 폭도 전이마다 다르게 자연히 정해진다. 온도가 배열  $T(V)$ (비등온)이면 점별 양( $U_j \cdot w_j \cdot \xi_{eq}$ )은 각  $V_n$ 점의  $T(V_n)$  값을 그대로 쓰고, 전이당 상수(분기 gap·지연 길이 — N3·N7)는 진행 구간 전체의 단일 평균  $T_{rep} = \bar{T}$  한 값으로 평가한다; 스칼라면 둘 다  $T$ 를 공통으로 쓴다. 배경도 같은 점에서 먼저 깔리고( $dQ/dV|_{V_n} \leftarrow C_{bg}(V_n)$ ) 그 위에 모든 전이 기여가 점별로 누적되므로 (N9), 관측 범위 밖으로 계산을 밀어 두는 인위적 조작이 필요 없다.

핵심. 두 전위.  $V_{app}$ (측정)· $V_n$ (내부, 식 (1.4))만 남는다. 다음 절부터 전이 루프의 모든 물리량 — 평형 중심·분기·폭·평형 진행률·지연 꼬리 — 는 이  $V_n$  위에서 바로 평가되고, 그 값이 곧 출력이다.

배경. 측정 원리 배경 — 입력 세 양의 측정 대응(색인). 본문이 전제하는 세 입력은 각각 확립된 측정의 산물이며, 대응만 색인한다(기법 상세는 범위 밖): (i) 준평형  $U_{oc}(\bar{x}) \leftrightarrow GITT[15]$ (저울 정전류 곡선의 분극 보정 식 (1.4)은 그 연속 근사판), (ii) 엔트로피 계수  $\partial U_{oc}/\partial T \leftrightarrow$  전위차 엔트로피법[24, 18](부호·모양의 상전이 유형 판독 지도는 [16]), (iii) 가역 발열  $-IT \partial U_{oc}/\partial T \leftrightarrow$  등온

열량. 모델 식 자체는 측정 방식과 무관하게 성립하며, 계산 절차·실측 대응 상세는 *Part T* 방법론 절 (§1.19).

문헌 근거. 다리 — 측정 원리 박스의 두 원전. (i) GITT 와 식 (1.4). 본문이 입력으로 전제 하는 준평형  $U_{oc}(\bar{x})$  는 *Weppner-Huggins* 의 GITT[15] 가 재는 그 양이고, 식 (1.4) 의 분극 보정  $V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n$  은 같은  $U_{oc}$  로 가는 연속 근사판이다:

| 본문                                  | <i>Weppner-Huggins</i> [15](GITT) 대응 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 목표량 준평형 $U_{oc}(\bar{x})$           | 펄스 후 완화된 정지 전위(준평형 OCV)              |
| 분극 보정항 $\sigma_d  I  R_n$ (식 (1.4)) | 대기 완화로 제거되는 IR·과전압                   |
| 저울 연속 곡선(연속 근사)                     | 펄스-완화 이산 점열(정통 측정)                   |

GITT 는 각 점 완전 완화로 분극을 0 으로 만들고, 식 (1.4) 은 저울 곡선에서 분극을 상수-저항  $R_n$  모형( $\sigma_d |I| R_n$ )으로 근사 제거하므로( $R_n$  의 조성·전류 의존 무시) GITT 만큼 완전하지 않은 연속 근사다. 엔트로피계수 유형 분류(균질 고용체·이온 질서화·두-상 공존)는 *Baek-Pilon* 해석 지도[16](*tier B*)를 관독틀로 빌리며, 실제 부호·크기는 세 분포 합(*config+vib+elec*, *Part T*)과 1 차 문헌[24, 31] 으로 확정한다(*tier B* 1차 병기 규약).

이제 본론 결과 사슬의 평형식들이 어디서 오는지를 통계역학 첫 원리에서 놓는 *Part 0* 로 넘어 간다.

## 1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (Part 0)

본론(N1–N9)의 모든 평형식은 통계역학의 한 사슬에서 나온다. 이 절은 그 사슬을 처음부터 놓으며, 통계역학 사전지식 없이도 본론의 출발점들이 이 절 안에서 닫히도록 각 단계를 (a) 출발 → (b) 연산 → (c) 중간식 → (d) 박스로 전개한다. 유도의 골격은 고전 통계역학(분배함수·화학퍼텐셜)으로 닫히고, 양자 통계가 필요한 항(점유 자리의 진동 자유도, *Part T* 의 포논·전자 분포, §1.13)은 해당 자리에서 명시적으로 도입한다. 사슬은

$$\begin{aligned} \text{미시상태} \cdot \text{앙상블} &\rightarrow Z, \Xi \rightarrow \theta = \frac{1}{1 + e^{\beta(\bar{\varepsilon} - \mu)}} \rightarrow \text{lattice gas} \\ &\rightarrow \mu(\theta; \Omega) \rightarrow \xi_{eq} \text{ logistic} \rightarrow \sum_j Q_j \xi_{eq,j} = Q\bar{x} \rightarrow G, \text{Nernst} \end{aligned}$$

이고, 도착점들이 본론 결과 사슬 — §1.3 의  $U_j(T)$ , §1.4 의 히스테리시스, §1.5 의  $\xi_{eq}$ , §1.6 의 전하 보존식 — 의 입력이다.

### 1.2.1 앙상블과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 $\mu$

(a) 출발 — 미시상태·앙상블과 두 공준. 미시상태(microstate)는 계의 모든 자유도를 지정한 배치 하나이고, 거시상태(macrosate)는 에너지·부피·입자수 ( $E, V, N$ ) 같은 소수의 거시변수만 지정한 미시상태의 집합이다. 같은 거시 조건을 공유하는 미시상태들의 모음이 앙상블(ensemble)이다. 통계역학은 두 공준으로 시작한다 — 고립계 평형에서 접근 가능한  $W$  개 미시상태는 등확률이고(공준 1), 엔트로피는 그 경우의 수의 로그다(공준 2, Boltzmann):

$$S = k_B \ln W. \quad (1.5)$$

열역학과의 접점은 근본 미분식  $dE = TdS - PdV + \mu dN$  을  $S$  에 대해 풀 형태다:

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \implies \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} = \frac{1}{T}, \quad \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E,V} = -\frac{\mu}{T}. \quad (1.6)$$

여기서  $\mu$  의 물리적 의미가 이미 보인다 — 입자 1 개를 받아들일 때 엔트로피가  $\mu/T$  만큼 감소하는 값비싼의 척도다. 두 계 1,2 가 입자를 교환하면 총 엔트로피 변화가  $dS_{\text{tot}} = (\frac{\mu_2}{T} - \frac{\mu_1}{T})dN_1 \geq 0$  이므로 입자는  $\mu$  가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르고, 정지 조건은  $\mu_1 = \mu_2$  — 화학퍼텐셜의 일치가 곧 입자 교환 평형이다.

**(b) 연산 — 저장조와 접촉한 작은 계.** 관심 계가 거대한 저장조(reservoir)와 에너지·입자를 교환한다. 계가 미시상태  $i$  (에너지  $E_i$ , 입자수  $N_i$ ) 에 있을 확률은 공준 1 에 의해 그때 저장조가 가질 수 있는 경우의 수에 비례한다:

$$p_i \propto W_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i) = \exp\left[\frac{S_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i)}{k_B}\right]. \quad (1.7)$$

저장조가 계보다 훨씬 크므로  $S_R$  을 1 차에서 절단해 전개하면(식 (1.6) 의 두 도함수 대입)

$$S_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i) = S_R(E_{\text{tot}}, N_{\text{tot}}) - \frac{E_i}{T} + \frac{\mu N_i}{T} + \mathcal{O}(E_i^2, N_i^2). \quad (1.8)$$

**(c) 중간식 — Gibbs 인자와 canonical 특수형.** 식 (1.8) 을 (1.7) 에 넣으면 상수 몫이 규격화로 빠지고

$$p_i \propto e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T} \quad (1.9)$$

— 이 지수가 *Gibbs* 인자다. 입자 교환이 없으면( $N_i$  고정)  $e^{-\beta E_i}$  의 *Boltzmann* 인자로 줄고, 그 규격화 합이 canonical 분배함수(partition function)  $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$ , 그 로그가 Helmholtz 자유에너지  $F = -k_B T \ln Z$  다( $\langle E \rangle = \partial(\beta F)/\partial\beta$ ,  $S = -\partial F/\partial T$  가 열역학 관계와 일치함이 이 명명의 근거다). 이  $F$  는 Faraday 상수  $F$  와 기호만 같고 문맥으로 갈린다 — 전자는  $\partial F/\partial T$  처럼 미분당하는 자유에너지, 후자는  $FV \cdot RT/F$  의 전하 환산 곱·나눗셈 상수다. 식 (1.6) 의  $\mu$  를  $F$  로 옮기면  $\mu = \partial F/\partial N|_{T,V}$  — 온도·부피를 고정한 채 입자 1 개를 더 넣는 자유에너지 비용이며, 이것이 본론 §1.3 가 쓰는 거시 정의  $\mu = \partial G/\partial n|_{T,P}$  와 같은 양임은 §1.2.7 에서 달는다.

**(d) 박스 — grand canonical 분배함수.** 입자수까지 교환하는 앙상블이 대정준(grand canonical) 앙상블이고, 그 규격화 합과 평균 입자수는

$$\boxed{\Xi = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad p_i = \frac{e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}}{\Xi}, \quad \langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}} \quad (1.10)$$

( $\partial \ln \Xi / \partial \mu = \beta \sum_i N_i p_i = \beta \langle N \rangle$  로 셋째 식이 첫째·둘째에서 나온다).

**검산.** 극한 검산 —  $\beta \rightarrow 0$  이면  $p_i \rightarrow$  등확률(열적 규율 소실),  $\beta \rightarrow \infty$  면  $E_i - \mu N_i$  최소 상태만 남는다. 삽입 전극이 정확히 이 설정이다 — 격자의 자리들이 전해질을 통해  $Li$  저장조(상대극  $Li$  금속)와 입자를 교환하므로  $\mu$  가 고정된 대정준 문제이고(그림 3), 다음 소절이 그 최소 단위(자리 하나)를 푼다.

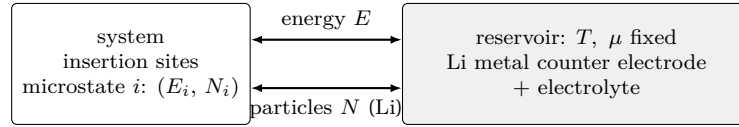


Figure 3: grand canonical 구도. 관심 계(삽입 자리들)는 상대극 전해질이 이루는 큰 저장조와 에너지·입자를 모두 교환하고, 저장조는  $T$  와  $\mu$  를 고정한다. 에너지만 열면 Boltzmann 인자, 입자까지 열면 Gibbs 인자(식 (1.9)) — 지수의 자리가 하나 늘어날 뿐 논리는 같다.

### 1.2.2 단일 삽입 자리 — 점유 통계와 fluctuation

앞 소절이 놓은 대정준 도구(식 (1.10))를 가장 작은 계 — 격자의 삽입 자리 하나 — 에 적용한다. 자리는 전해질 너머의 Li 저장조와 입자를 교환하므로 식 (1.10) 의 대정준 설정 그대로다. 전개는 두 단으로 놓는다 — 먼저 이온을 내부 구조 없는 점입자로 이상화한 두-상태 원형을 표준 유도 그대로 달고, 이어 점유 이온의 진동 자유도를 켜 확장이 같은 함수형으로 되돌아옴을 보인 뒤, 점유의 fluctuation 까지 읽는다. 도착점인 점유율  $\theta$  와 유효 자리 자유에너지  $\tilde{\epsilon}(T)$  는 §1.2.3 의 lattice gas 와 §1.2.5 의 전기화학 결선이 받는 입력이다.

(a) 출발 — 두 가정과 원형의 두-상태 목록. 유도에 앞서 두 가정을 명시한다.

- **가정 1 (hard-core 배타).** 한 자리에는 Li 이온이 0 개 또는 1 개만 들어간다. 근거는 양자 통계가 아니라 강한 단거리 반발이다 — 자리의 부피와 이온 사이 정전·입체 반발이 이중 점유의 에너지를 사실상 무한대로 올린다. 이 가정이 점유수 합을  $n \in \{0, 1\}$  로 자른다.
- **가정 2 (자리 독립).** 이 소절에서는 자리의 에너지가 이웃 자리의 점유와 무관하다고 둔다. 이 가정은 §1.2.4 에서 상호작용 파라미터  $\Omega$  로 완화된다.

원형에서는 여기에 이상화 하나를 더 얹는다 — 이온을 내부 구조 없는 점입자로 두어, 점유 이온이 우물 안에서 갖는 위치·운동량 배치를 잠시 얼린다(이 이상화는 아래 확장이 걸어낸다). 그러면 미시상태의 목록은 단 둘이다: 빈 자리( $n = 0$ , 에너지 0 기준)와 점유 자리( $n = 1$ , 에너지  $\epsilon_0$ ).

(b) 연산 — 두 항의 대정준 합. 각 미시상태의 무게는 Gibbs 인자  $e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}$  (식 (1.9)) 이고, 목록이 둘뿐이라 대정준 합도 두 항이다 — 빈 자리가 1, 점유 자리가  $e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}$ :

$$\Xi_1^0 = \sum_{n=0,1} e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)n} = 1 + e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}. \quad (1.11)$$

기호에 관하여 —  $\Xi$  는 자리 1개의 대정준 분배함수로, §1.2.1 의 canonical  $Z$  와는 앙상블이 다르므로 기호부터 구분해 적고(첨자 1 = 자리 1개), 위 첨자 0 은 내부 자유도를 얼린 원형임을 표시한다(평균 점유도 같은 표기  $\langle n \rangle^0$  로 구분한다).

(c) 중간식 — 상태 확률과 평균 점유. 식 (1.10) 의 둘째 식으로 두 상태의 확률은  $p_0 = 1/\Xi_1^0$  ·  $p_1 = e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}/\Xi_1^0$  이고, 평균 점유는 그 확률 가중 평균이다:

$$\langle n \rangle^0 = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 = \frac{e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}}, \quad (1.12)$$

그리고 식 (1.10) 의 셋째 식  $k_B T \partial \ln \Xi_1^0 / \partial \mu$  를 식 (1.11) 에 적용해도 같은 결과가 나온다(교차검증).



(d) 박스 — 두-상태 원형  $\Xi_1^0 \cdot \langle n \rangle^0$ . 식 (1.12) 의 분자·분모를  $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}$  로 나누면

$$\Xi_1^0 = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad \langle n \rangle^0 = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}. \quad (1.13)$$

이 두-상태 대정준 유도는 국소화 흡착(localized adsorption)의 Langmuir 등온선 표준 유도 그대로이고 [7, 8], 삽입 전극에의 적용 원형은 McKinnon–Haering [11] 이다. 식 (1.13) 의  $\langle n \rangle^0$  은 준위 (state) 하나의 평균 전자 점유를 주는 Fermi–Dirac 함수  $f(E) = 1/(e^{\beta(E - \mu)} + 1)$  에서  $E$  자리에  $\varepsilon_0$  이 앉은 것과 동형이다 — 이 대응의 물리적 배경(페르미온·보손의 양자 통계)은 별도의 배경 박스가 자족적으로 정리한다.

문헌 근거. 다리 — *eq:sm-bare* 와 *eq:Veq* 가 어느 삽입 등온선인가. 식 (1.13) 의 두-상태 원형과 §1.4 의 상호작용형 식 (1.52) 는 McKinnon–Haering 이 삽입 전극에 세운 격자기체 등온선 [11] 의 원형·확장에 각각 대응한다:

| 본문                                                 | McKinnon–Haering[11] 대응 (격자기체)                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 평균 점유 $\langle n \rangle^0$ (식 (1.13))             | 삽입 분율 $x$ (자리 점유율 — 본문 $\theta \cdot \xi$ 에 해당) |
| $\frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi}$ 항 (식 (1.52)) | 배치 항 $\frac{kT}{e} \ln \frac{x}{1-x}$           |
| 표준 중심 $U_j$                                        | 표준 전위 $E_0$                                     |
| 상호작용 몫 $\frac{\Omega_j}{sF} (1 - 2\xi)$ (식 (1.52)) | 평균장 자리-자리 상호작용 항                                |
| 문턱 $\Omega_j > 2RT$ (식 (1.51))                     | 상호작용이 1차 전이(전위 계단)를 낳는 임계 세기                    |

방법 요지 — McKinnon–Haering 은 삽입 자리를 동등한 격자기체로 보고 각 자리 점유를 대정준 (Langmuir 형) 평형으로 담아 삽입 등온선(전위–조성 관계)을 얻고, 자리 간 평균장 상호작용을 더해 그 세기가 임계를 넘으면 1차 전이(전위 계단·plateau)가 나타남을 보인다. 가정 차 — 원 원형은 점유 0/1 만으로 미시상태를 지정하나(내부 자유도 없음), 본문은 점유 자리에 진동 등 내부 자유도  $q(T)$  (식 (1.16))를 실어 유효 자리에너지  $\tilde{\varepsilon}(T) = \varepsilon_0 - k_B T \ln q(T)$  로 온도 이동을 허용 하고 (Part T 의 엔트로피·발열 연결), 상호작용도 규칙용액  $\Omega_j$  로 파라미터화해 spinodal 문턱  $\Omega_j > 2RT$  를 명시 분기로 단는다.

검산. 극한 검산 — (i)  $\beta \rightarrow \infty (T \rightarrow 0)$ :  $\varepsilon_0 \geq \mu$  에 따라  $\langle n \rangle^0 \rightarrow 0/1$  의 계단 —  $E_i - \mu N_i$  가 낮은 상태만 남는다는 §1.2.1 의 검산과 합치한다. (ii)  $\beta \rightarrow 0$ :  $\langle n \rangle^0 \rightarrow \frac{1}{2}$  — 두 미시상태 등확률. (iii)  $\mu \rightarrow \pm\infty$ :  $\langle n \rangle^0 \rightarrow 1/0$  — 저장조가 이온을 한없이 밀어 넣는/빼내는 극한. 부호 읽기 — 분모의 지수가  $+\beta(\varepsilon_0 - \mu)$  이므로 점유가 유리할수록 ( $\varepsilon_0 < \mu$ ) 지수가 음으로 죽어  $\langle n \rangle^0$  이 1 에 붙는 방향이다.

배경. 페르미온·보손과 양자 통계 — 양자역학에서 같은 종류의 입자 둘은 동일입자(identical particles)다 — 전자 둘을 맞바꾸어도 어떤 측정값도 달라지지 않는다. 이 구별불가능성은 다입자 파동함수에 교환 대칭 제약을 건다: 두 입자의 자리를 맞바꿀 때

$$\psi(2, 1) = \pm \psi(1, 2) \quad (+ : \text{대칭} = \text{보손}, \quad - : \text{반대칭} = \text{페르미온}), \quad (1.14)$$

의 두 부류만 자연에 존재한다(정수 스핀  $\leftrightarrow$  대칭, 반정수 스핀  $\leftrightarrow$  반대칭의 대응이 스핀–통계 정리이고 — 광자·포논이 보손(boson), 전자가 페르미온(fermion)의 예다). 반대칭 부류에서 같은 상태에 둘을 넣으면 식 (1.14) 이  $\psi(1, 1) = -\psi(1, 1)$ , 곧  $\psi \equiv 0$  을 강제하므로 준위당 점유가 0 또는 1 로 제한된다(Pauli 배타 원리, Pauli exclusion principle); 대칭 부류에는 이 제약이 없어 한 상태를 몇 개라도 함께 점유한다. 두 부류의 평형 점유 분포는 본문과 같은 대정준 도구(식 (1.10))로 준위 하나에서 곧장 단한다 — 준위  $E$  의 점유수 합이 페르미온은  $n \in \{0, 1\}$  두 항, 보손은

$n = 0, 1, 2, \dots$  의 기하급수라( $E > \mu$  에서 수렴)

$$\begin{aligned} \text{페르미온: } \Xi_F &= \sum_{n=0,1} e^{-n\beta(E-\mu)} = 1 + e^{-\beta(E-\mu)} \Rightarrow f(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} + 1}, \\ \text{보손: } \Xi_B &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\beta(E-\mu)} = \frac{1}{1 - e^{-\beta(E-\mu)}} \Rightarrow \bar{n}(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} \end{aligned} \quad (1.15)$$

이고, 두 화살표는 같은 한 줄  $\langle n \rangle = k_B T \partial \ln \Xi / \partial \mu$  (식 (1.10) 셋째 식)로 나온다. 앞이 *Fermi-Dirac* 분포, 뒤가 *Bose-Einstein* 분포다 [9]. 격자 삽입 자리의 점유 0/1 은 페르미온과 이 섀범 구조만 공유한다 —  $\Xi_F$  와 원형 (1.11) 의 두-항 합이 같은 대수라 같은 *logistic(Fermi-Dirac* 형) 분포가 나오지만, 배타의 근거가 과도함수의 반대칭성이 아니라 정전·입체 반발이라는 기하이므로 입자도 전자가 아니라 *Li* 이온이다. 실제 양자 통계가 일하는 곳은 *Part T* (§1.13)다 — 격자 진동의 양자(포논)는 보손이라 진동 엔트로피가 식 (1.15) 의  $\bar{n}$  (*Bose-Einstein* 들뜸수)으로 적히고, 전도 전자는 페르미온이라 *electronic* 엔트로피가  $f(E)$  (*Fermi-Dirac* 분포)로 적힌다 [9, 10].

(a') 출발 — 미시상태의 온전한 기술. 원형의 점유자 이상화는 실제 자리에서 성립하지 않는다 — 점유수  $n$  만으로는 미시상태가 다 지정되지 않기 때문이다.  $n = 1$  인 자리에서 이온은 한 점에 얼어붙어 있는 것이 아니라 자리 우물 안에서 진동하는 연속 자유도(위치·운동량)를 가진다. 따라서 미시상태의 목록을 “빈 자리( $n = 0$ , 에너지 0 기준)” 하나와, “점유 자리( $n = 1$ , 우물 바닥 에너지  $\varepsilon_0$ )에 내부 배치  $\Gamma$  가 붙은 연속족”으로 넓힌다 — 가정 1.2 는 그대로 둔다.

(b') 연산 — 점유수 합  $\times$  내부 자유도 적분. 식 (1.10) 의 대정준 합을 이 목록 그대로 쓰면, 점유수에 대한 합(가정 1 로 두 항)과 각 점유 상태의 내부 배치에 대한 적분으로 갈라진다:

$$\Xi_1 = \sum_{n=0,1} e^{\beta \mu n} z_n = 1 + q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad q(T) \equiv \int e^{-\beta H_{\text{int}}(\Gamma)} \frac{d\Gamma}{h^3} \quad (1.16)$$

—  $z_n$  은 점유수  $n$  인 상태들의 canonical 분배함수로,  $z_0 = 1$  (빈 자리는 상태 하나),  $z_1 = e^{-\beta \varepsilon_0} q(T)$  (우물 바닥 인자에 내부 자유도의 적분  $q(T)$  가 곱해진다)이다.  $q(T)$  는 점유된 이온의 진동 등 국소 자유도의 단일 자리 분배함수다<sup>1</sup>. 일반적인 정의는 상태 합  $q(T) = \text{Tr } e^{-\beta H_{\text{int}}}$  이고 식 (1.16) 의 위상공간 적분은 그 고전 극한이다 — 자리 우물을 3차원 조화 퍼텐셜(진동수  $\omega_0$ )로 근사하면 고전 극한에서  $q = (k_B T / \hbar \omega_0)^3$  이고, 등방 가정(세 방향이 같은  $\omega_0$ )을 풀어 데카르트 축마다 다른 진동수를 허용하는 일반형으로 넓히면 양자 상태 합으로는  $q = \prod_{i=1}^3 [2 \sinh(\beta \hbar \omega_i / 2)]^{-1}$  (축 지표  $i = 1, 2, 3$  마다 진동수  $\omega_i$ )로 닫힌다. 내부 분배함수  $q(T)$  를 포함한 이 확장 역시 국소화 흡착 통계의 표준 전개이고 [7, 8, 9],  $q \equiv 1$  (내부 자유도 없음)로 두면 식 (1.16) 는 원형 (1.11) 으로 되돌아간다. 위 첨자 없는  $\Xi_1$  은 내부 자유도까지 포함한 완전한 단일 자리 대정준 분배함수이고, *Part T* 의 단일 자리 분배함수 (§1.11.1, 식 (1.105))도 같은 기호  $\Xi_1$  로 통일한다.

(c') 중간식 — 평균 점유와 계수  $q(T)$  의 흡수. 점유 상태들의 확률 합이 곧 평균 점유다:

$$\langle n \rangle = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 = \frac{q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}, \quad (1.17)$$

그리고 식 (1.10) 의 셋째 식으로 교차검증하면  $k_B T \partial \ln \Xi_1 / \partial \mu$  가 같은 결과를 준다. 여기서 적분이 남긴 계수  $q(T)$  는 분자와 분모의 점유·상태 항 양쪽에 같은 인수로 붙어 있다. 따라서 결과는  $q$  와

<sup>1</sup>이  $q(T)$  (단일 자리 내부 분배함수)는 N6-N9 의 정규화 용량 좌표  $q = Q / Q_{\text{cell}}$  와 다른 양이다 — 전자는 *Part 0* 의 국소 열역학량, 후자는 곡선 좌표.

$\varepsilon_0$  을 따로 아는 데 의존하지 않고 한 조합에만 의존하며, 그 조합은 지수 안으로 흡수된다:

$$q(T)e^{-\beta\varepsilon_0} = e^{-\beta\tilde{\varepsilon}(T)}, \quad \tilde{\varepsilon}(T) \equiv \varepsilon_0 - k_B T \ln q(T) \quad (1.18)$$

—  $\tilde{\varepsilon}$  는 점유 자리의 자유에너지(우물 바닥 에너지 + 내부 자유도의 자유에너지  $-k_B T \ln q$ ) 다. 자리 점유의 자유에너지 비용을  $\Delta\mu \equiv \tilde{\varepsilon} - \mu_{\text{Li}}$  로 줄여 쓰면 식 (1.17) 는  $e^{-\beta\Delta\mu}/(1 + e^{-\beta\Delta\mu})$  가 되어, 내부 자유도가 있어도 함수형은 원형 박스 (1.13) 의 두-상태 logistic 그대로 보존된다.

(d') 박스 — 점유율  $\theta$ . 분모 · 분자를  $e^{-\beta\Delta\mu}$  로 나누면

$$\theta \equiv \langle n \rangle = \frac{1}{1 + e^{+\beta\Delta\mu}}, \quad \Delta\mu \equiv \tilde{\varepsilon}(T) - \mu_{\text{Li}}. \quad (1.19)$$

검산. 극한 검산 — (i)  $\beta \rightarrow \infty (T \rightarrow 0)$  에서  $\Delta\mu \geq 0$  에 따라  $\theta \rightarrow 0/1$  의 계단 ( $T \rightarrow 0$  에서  $\tilde{\varepsilon}$  는 점유 상태의 바닥 에너지로 수렴한다 — 고전  $q$  면  $k_B T \ln q \rightarrow 0$  이라  $\varepsilon_0$ , 양자 조화  $q$  면 영점 에너지를 더한  $\varepsilon_0 + \frac{3}{2}\hbar\omega_0$  — 어느 쪽이든 상수라 계단 구조는 동일). (ii)  $\beta \rightarrow 0 (T \rightarrow \infty)$  에서는  $\beta\Delta\mu \rightarrow -\ln q$  이므로 내부 자유도가 없는 기준( $q \equiv 1$ )에서  $\theta \rightarrow \frac{1}{2}$  (두 상태 등확률) 이고,  $q(T)$  가 온도와 함께 증가하는 실제 조화 우물에서는 점유 상태의 위상공간 증가가 이겨  $\theta \rightarrow 1$  로 향한다. (iii)  $\mu_{\text{Li}} \rightarrow \pm\infty$  에서  $\theta \rightarrow 1/0$ . (iv) 확장을 끄는 극한  $q \equiv 1$  에서  $\tilde{\varepsilon} \rightarrow \varepsilon_0$ ,  $\Delta\mu \rightarrow \varepsilon_0 - \mu_{\text{Li}}$  가 되어 ( $\mu_{\text{Li}}$  는 원형의  $\mu$  와 같은 저장조 화학퍼텐셜의 자리당 표기) 식 (1.19) 는 원형 박스 (1.13) 의  $\langle n \rangle^0$  을 그대로 회수한다. 함수형 가드 — 식 (1.19) 은 *Fermi-Dirac* 함수와 동형이지만 물리량은 다르다: 공유하는 것은 “한 자리에 입자  $\theta$  또는  $I$ ”이라는 배타 점유의 대수 구조뿐이고(가정 1), 여기의 입자는 전자가 아니라  $\text{Li}$  이온이며 배타성의 근거도 페르미온의 *Pauli* 배타 같은 양자 통계가 아니라 자리 하나에 이온 하나라는 기하다.

한 걸음 더 —  $n \in \{0, 1\}$  라  $n^2 = n$  이므로 점유의 fluctuation(분산)이 닫힌 꼴로 나온다:

$$\text{var}(n) = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 = \theta(1 - \theta), \quad \frac{\partial \theta}{\partial(\beta\mu)} = \theta(1 - \theta) \quad (1.20)$$

(둘째 식은 식 (1.19) 의  $\beta\mu$  미분). 점유의  $\mu$ -감도 = 점유 fluctuation — fluctuation-response 관계의 최소 사례이고, 본론 평형 peak 의 중  $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$  (§1.6)의 통계적 정체가 바로 이 분산이다.

유효 자리 자유에너지  $\tilde{\varepsilon}(T)$  가 하류에서 가는 곳은 두 갈래다. 첫째, 온도를 고정하고 보면  $\tilde{\varepsilon}$  는 상수 하나이고, §1.2.5 의 전기화학 결선에서 전이 중심  $U_j$  로 흡수된다 — 그 소절과 본론이 쓰는 몰당 기준 에너지  $\mu^0$  는 정확히  $\tilde{\varepsilon}$  의 몰 환산  $N_A \tilde{\varepsilon}$  이다. 둘째, 온도를 미분하면 내부 자유도의 자리당 자유에너지  $f_{\text{int}} = -k_B T \ln q$  (소문자  $f$  — 계 전체 Helmholtz  $F = -k_B T \ln Z$  가 아니라 자리당 양) 가 자리당 엔트로피

$$s_{\text{int}} = -\frac{\partial f_{\text{int}}}{\partial T} = k_B \frac{\partial (T \ln q)}{\partial T} \quad (1.21)$$

를 주는데, 이것이 Part T 의 vibrational 엔트로피 사슬 (§1.13)의 단일 자리 원형이다 — 여기 자리 하나의 세 축 진동수  $\omega_i (i = 1, 2, 3)$ 를 격자 전체의 모든 진동 모드를 헤아리는 지표  $k$  로 넓혀, 조화 모드의  $q_k = [1 - e^{-\beta\hbar\omega_k}]^{-1}$  를 식 (1.21) 에 넣으면 Part T 의 모드당 엔트로피 (1.116)  $s_k = k_B[(1 + \bar{n}_k) \ln(1 + \bar{n}_k) - \bar{n}_k \ln \bar{n}_k]$  (Bose-Einstein 들뜸수  $\bar{n}_k$ )가 그대로 나온다. 기준점에 관한 사소한 주의로, 위 (b') 의  $[2 \sinh(\beta\hbar\omega/2)]^{-1}$  은 우물 바닥 기준 (영점 에너지를  $q$  에 포함) 이고 여기의  $[1 - e^{-\beta\hbar\omega}]^{-1}$  은 영점 에너지를  $\varepsilon_0$  쪽에 포함시킨 기준이다 — 두 규약의  $q$  는 인자  $e^{-\beta\hbar\omega/2}$  (영점 에너지  $\hbar\omega/2$  의 Boltzmann 인자) 만큼 다른데, 이 인자가  $T \ln q$  에 남기는 기여는 온도 무관 상수  $-\hbar\omega/(2k_B)$  이므로 온도 미분, 곧 엔트로피는 동일하다. 따라서 전이 중심의 온도



기울기  $dU_j/dT = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$  (§1.3)에서 진동 엔트로피가 차지하는 몫의 미시적 기원이 바로  $\tilde{\varepsilon}(T)$ 의 온도 의존, 곧  $q(T)$  다.

자리 하나가 준 답 — 점유율  $\theta$ , fluctuation  $\theta(1-\theta)$ , 유효 자리 자유에너지  $\tilde{\varepsilon}(T)$  — 을 손에 쥐었으므로, 다음 소절은 같은 답을  $M$  개의 독립 자리로 복제해 거시 점유율과 섞임 엔트로피로 넓힌다.

### 1.2.3 $M$ 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피

(a) 출발 — 동등·독립 자리의 집합. 결정 안에 동등한 삽입 자리가  $M$  개 있고 서로 상호작용하지 않는다고 가정한다 — 이 모형이 격자기체(lattice gas)의 이상 극한이다. 미시상태는 점유 배열  $(n_1, \dots, n_M)$  ( $n_k \in \{0, 1\}$ , 가정 1)에 각 점유 자리의 내부 배치가 붙은 것이고,  $N = \sum_k n_k$  다.

(b) 연산 — 분배함수의 인수분해. 자리들이 독립(가정 2)이라 대정준 합이 자리별 곱으로 갈라지고, 각 인수는 내부 자유도 적분까지 마친 단일 자리 결과 (1.16) 그대로다 ( $\Delta\mu = \tilde{\varepsilon} - \mu$  로 흡수된 표기):

$$\Xi_M = \sum_{n_1=0,1} \cdots \sum_{n_M=0,1} \prod_{k=1}^M e^{-\beta \Delta\mu n_k} = \prod_{k=1}^M \left[ \sum_{n_k=0,1} e^{-\beta \Delta\mu n_k} \right] = \Xi_1^M, \quad (1.22)$$

따라서 식 (1.10)의 셋째 식으로  $\langle N \rangle = k_B T \partial(M \ln \Xi_1) / \partial \mu = M\theta$  — 거시 점유율이 단일 자리 점유 확률 (1.19) 와 같다.

(c) 중간식 — 같은 결과의 셈법 경로(교차검증). 이번엔 입자수  $N$  을 고정하고 배치를 센다.  $M$  자리에서  $N$  자리를 고르는 경우의 수  $W = M! / [N!(M-N)!]$  에 공준 2(식 (1.5))와 Stirling 근사  $\ln m! \simeq m \ln m - m$  을 적용하면( $\theta = N/M$ )

$$S_{\text{mix}} = k_B \ln W \simeq -k_B M [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)], \quad (1.23)$$

자유에너지  $F(N) = N\tilde{\varepsilon} - TS_{\text{mix}}$ (점유 자리당 자유에너지는 내부 자유도 몫까지 포함한  $\tilde{\varepsilon}$ , 식 (1.18))를  $N$  으로 미분하면

$$\mu = \frac{\partial F}{\partial N} = \tilde{\varepsilon} + k_B T \ln \frac{\theta}{1-\theta}. \quad (1.24)$$

한편 식 (1.19)를  $\mu$  에 대해 뒤집어도( $e^{\beta \Delta\mu} = (1-\theta)/\theta$ ) 같은 식 (1.24)가 나온다 — 대정준 경로(자리 하나의 확률)와 셈법 경로(배치 수의 로그)가 같은  $\mu(\theta)$ 에 닿는 것이 앙상블 동등성이며, 본론 §1.5.3가 말하는 “kinetic·thermo 두 경로가 한 분포의 두 측면”의 평형 쪽 절반이 바로 이것이다.

(d) 박스 — 몰 단위 이상 lattice gas 화학퍼텐셜. 자리당  $k_B \cdot \tilde{\varepsilon}$ 을 몰당  $R = N_A k_B \cdot \mu^0 \equiv N_A \tilde{\varepsilon}$ 으로 환산하면

$$\boxed{\mu(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} \quad (\text{이상 lattice gas}).} \quad (1.25)$$

검산. 부호·극한 검산 —  $\theta \rightarrow 0$ 에서  $\mu \rightarrow -\infty$ (거의 빈 격자에 입자를 넣는 일은 섞임 엔트로피 이득 때문에 얼마든지 값싸다),  $\theta \rightarrow 1$ 에서  $+\infty$ (마지막 빈자리는 무한히 비싸다),  $\theta = \frac{1}{2}$ 에서  $\mu = \mu^0$ ·자리당  $S_{\text{mix}}$  최대  $k_B \ln 2$ . 식 (1.25)는 다음 소절  $\mu(\theta)$ 의  $\Omega = 0$  특수형이고, 상호작용 몫  $\Omega(1-2\theta)$ 를 다음 소절이 더한다.

### 1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱

(a) 출발 — 이웃 상호작용의 평균장 근사. 실제 격자에서 자리들은 독립이 아니다 — 점유된 이웃은 다음 Li 의 삽입 에너지를 바꾼다(정전 반발·탄성 변형·전자 구조). 점유 이웃 쌍당 에너지를  $u$ , 배위수를  $z$  라 하면 정확한 상호작용 에너지는 배치마다 다르지만, 각 자리의 이웃 점유를 평균  $\theta$  로 대체하는 평균장(mean-field, Bragg-Williams) 근사에서

$$E_{\text{int}} \simeq \frac{Mz}{2} u \theta^2 \quad (1.26)$$

이 식에서  $M\theta$  개의 점유 자리 각각이 평균  $z\theta$  개의 점유 이웃과 마주하고, 앞의  $\frac{1}{2}$  은 한 쌍을 두 번 세지 않기 위한 이중계수 방지 인자다.

(b) 연산 — 항등 분해와  $\Omega$  의 정의. 자리 1몰당 상호작용 몫은  $\frac{z}{2}N_A u \theta^2$  이고, 항등식  $\theta^2 = \theta - \theta(1 - \theta)$  로 분해하면

$$\frac{z}{2}N_A u \theta^2 = \underbrace{\frac{z}{2}N_A u \theta}_{\text{선형} - \mu^0 \text{에 흡수}} + \Omega \theta(1 - \theta), \quad \Omega \equiv -\frac{z}{2}N_A u, \quad (1.27)$$

곧 점유 이웃끼리 인력( $u < 0$ )이면  $\Omega > 0$ (같은 종이 뭉치려는 상분리 경향), 반발( $u > 0$ )이면  $\Omega < 0$ (교대 정렬 경향)이다. 이 한 모수로 혼합 자유에너지를 적는 모형이 정규용액이고, 본문 표 2 의  $\Omega_j$  와 Chapter 2 의  $\Omega_j^{\text{cat}}$ (표 밖 — 피팅 배경 전제, §2.3) [J/mol] 이 정확히 이 슬롯이다.

(c) 중간식 —  $g(\theta)$  와  $\mu(\theta)$ . 자리 1몰당 자유에너지에 (1.23) 의 섞임 몫과 (1.27) 의 상호작용 몫을 더하면(이하 한 전이의  $\Omega \equiv \Omega_j$ )

$$g(\theta) = \mu^0 \theta + RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega_j \theta(1 - \theta), \quad (1.28)$$

$\theta$  로 미분하면 다음이 나온다 — 로그 몫  $RT \ln[\theta/(1 - \theta)]$  은 식 (1.24) 와 같은 계산이고, 상호작용 몫은  $\Omega_j(1 - 2\theta)$  로 상수  $\pm 1$  이 상쇄된 것이다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega_j(1 - 2\theta). \quad (1.29)$$

(그림 5 가 이 함수의 세 가지 개형이다.) 진행률  $\xi = 1 - \theta$  로 옮기면 섞임 몫과  $\theta(1 - \theta) = \xi(1 - \xi)$  몫이 모두  $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$  자리바꿈에 대칭(우함수)이라 조성 몫의 꼴이 불변이고, 남는 것은  $\mu^0 \theta = \mu^0(1 - \xi)$  의 상수+ $\xi$ -직선(아핀) 몫뿐이다. 아핀 몫은 공통 접선·곡률 판정에 기여하지 않으므로 하나의 기호  $g_j^0(\xi) \equiv \mu^0(1 - \xi)$  로 모아 적는다 —  $\xi$  로 한 번 미분하면  $g_j^0$  몫은 상수  $-\mu^0$  하나로 줄고, 두 번 미분하면 완전히 사라진다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi), \quad (1.30)$$

— 이 우함수 대칭이 §1.4 의 1계 미분 논거( $f'(1 - \xi) = -f'(\xi)$ )의 뿌리다.

(d) 박스 — 불룩성 상실의 문턱. 식 (1.30) 를 두 번 미분하면  $g_j''(\xi) = RT/[\xi(1 - \xi)] - 2\Omega_j$  이고, 첫 항의 최솟값이  $\xi = \frac{1}{2}$  에서  $4RT$  이므로

$$\boxed{\begin{aligned} g_j''(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi &\iff \Omega_j \leq 2RT \quad (\text{단상} \cdot \text{연속 고용체; 등호는 } \Omega_j = 2RT, \xi = \frac{1}{2} \text{ 한 점}), \\ \Omega_j > 2RT &\iff \text{이중웰} \left( T_{c,j} = \frac{\Omega_j}{2R} \right). \end{aligned}} \quad (1.31)$$

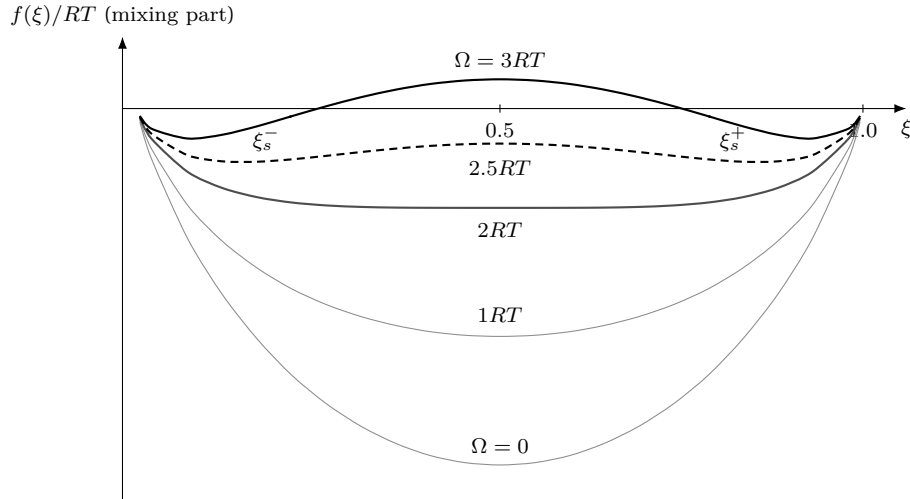


Figure 4: 정규용액 조성 자유에너지의 섞임 몫  $f(\xi)/RT = \xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi) + (\Omega/RT) \xi(1-\xi)$  (좌표는 식 그대로의 수치 평가).  $\Omega \leq 2RT$  면 한 웰,  $\Omega = 2RT$  에서 바닥이 평탄해지고 (문턱, 식 (1.31)),  $\Omega > 2RT$  면 가운데가 언덕이 된 이중웰 —  $\Omega = 3RT$  곡선의 점이 spinodal  $\xi_s^\pm = 0.2113/0.7887$  이다. 닫힌 근은 §1.4 가 닫으며, 그 절의 이중웰 그림이 이 가족 중  $\Omega = 3RT$  한 장을 확대한 것이다.

$\Omega_j > 2RT$  면 가운데( $g'' < 0$ )가 언덕이 되어 두 골짜기가 생기고(그림 4), 그 변곡점 (spinodal)의 닫힌 근과 거기서 자라는 히스테리시스 gap 은 §1.4 가 닫는다 — Part 0 은 문턱까지만 놓는다.

검산. 극한 검산 —  $\Omega_j \rightarrow 0$ :  $g'' \geq 4RT > 0$  로 항상 한 웰 (§1.2.3 로 환원);  $\Omega_j \rightarrow 2RT^-$ :  $g''(\frac{1}{2}) \rightarrow 0^+$  로 바닥이 평탄해지되 아직 한 웰;  $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ : 웰이 둘로 갈라지기 시작하고  $T_{c,j} = \Omega_j/2R$  아래에서만 상분리가 존재한다(안정하다). 이  $\mu(\theta)$  를 측정 전위에 결선하는 것이 다음 소절이다.

### 1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic

(a) 출발 — 전기화학 퍼텐셜과 삽입 반응. 하전 중은 화학퍼텐셜에 정전 에너지가 더해진 전기화학 퍼텐셜 (electrochemical potential)로 평형을 판정한다:

$$\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi \quad (1.32)$$

( $z$  = 전하수,  $\phi$  = 그 종이 있는 상의 정전 퍼텐셜). 삽입 반응  $Li^+ + e^- + [ ] \rightleftharpoons Li_{(host)}$  의 평형은 양변  $\tilde{\mu}$  합이 일치이고 (§1.3 가 결과 사슬에서 같은 균형으로 진입한다), host 안의 Li 는 중성이라  $\tilde{\mu}_{Li} = \mu_{Li}$  다:

$$(\mu_{Li^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_M) = \mu_{Li}(\theta) \quad (1.33)$$

( $\phi_S$  = 전해질,  $\phi_M$  = 작동 전극의 정전 퍼텐셜;  $z_{Li^+} = +1$ ,  $z_{e^-} = -1$ ).

(b) 연산 — 기준전극으로 측정 전위를 결선. 같은 전해질에 담긴 기준 Li 금속 전극도 자기 평형  $Li^+ + e^- \rightleftharpoons Li_{(metal)}$  을 이룬다:

$$(\mu_{Li^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_{ref}) = \mu_{Li}^{metal}. \quad (1.34)$$

(1.33) 에서 (1.34) 을 빼면 전해질 몫( $\mu_{Li^+} + F\phi_S$ )이 상쇄된다. 전자의 화학 몫도 상쇄되는데, 여

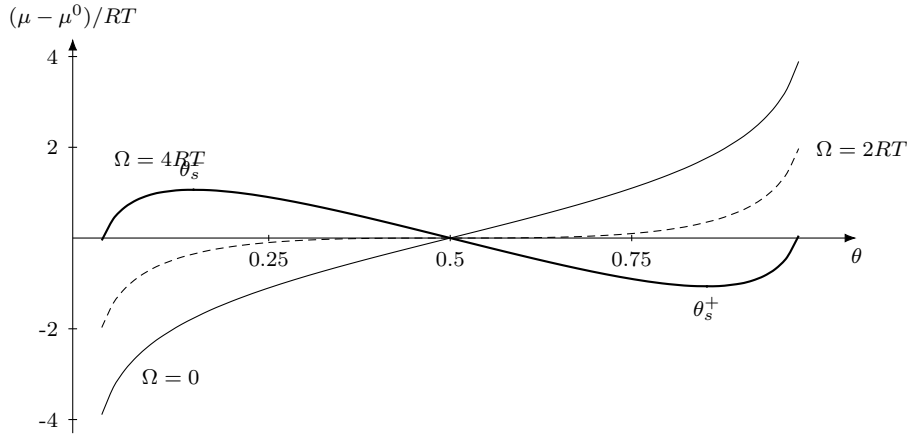


Figure 5: 격자기체 화학퍼텐셜  $(\mu(\theta) - \mu^0)/RT = \ln[\theta/(1-\theta)] + (\Omega/RT)(1-2\theta)$ 의 개형(식 (1.29); 좌표는 식 그대로의 수치 평가).  $\Omega = 0$  단조(로그 몫이 양끝을 잠금),  $\Omega = 2RT$ 에서 중심 기울기 0(문턱, 식 (1.31)),  $\Omega = 4RT$ 는 비단조 — 한  $\mu$ 에 세  $\theta$ 가 대응하는 van der Waals loop 이고 극값(점)이 spinodal  $\theta_s^\pm = 0.146/0.854$ , 값  $\pm 1.066$ . §1.4 과주행 그림의  $V_{eq}(\xi)$  곡선은 이 곡선의  $\theta = 1 - \xi$  부호 반전 거울이라 같은  $\pm 1.066$ 이 나타난다.

기에는 한 단계가 숨어 있다 — 두 전극의 전자 화학퍼텐셜은 엄밀히는 재질에 따라 다르며, 그 차이(접촉 전위차)는 두 전극을 같은 재질의 도선 단자 사이에서 읽는 측정 전위의 조작적 정의에 흡수되어 별도 항으로 남지 않는다(전기화학의 표준 처리). 그 결과 남는 것이 측정 전위  $V$ (vs  $\text{Li}/\text{Li}^+$ )다 — 같은 재질 단자 사이 전위차라는 조작적 정의가  $-FV \equiv \tilde{\mu}_e^M - \tilde{\mu}_e^{\text{ref}}$ 로 좌변 전자 몫 전체와 정확히 일치하며, 두 전극의 전자 화학몫이 같은 이상화에서는  $V = \phi_M - \phi_{\text{ref}}$ 로 환원된다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -FV. \quad (1.35)$$

전위를 올리면 host 안 Li의 화학퍼텐셜이 정확히  $-FV$ 만큼 낮아진다 — “ $V$ 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 줄이다.

(c) 중간식 — 상수 덩이를  $U$ 로 묶기. 식 (1.35)의 상수  $\mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}$ 를 전이 중심  $U \equiv (\mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} - \mu^0)/F$ 로 재포장하면( $s = +1$  — §1.1 표의 유도 전용 고정 부호, 방향 부호  $\sigma_d$ 와 별개)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j \equiv \mu^0 - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -sFU_j \quad (1.36)$$

— §1.3(N2)가 결과 사슬에서 다시 세우는 평형 조건과 글자까지 같은 식이다( $U_j > 0 \Leftrightarrow \Delta G_j < 0$ , 곧 그 전이가 자발일 전위 창이 양수라는 부호 읽기도 동일). Part T의 식 (1.107)도 같은 관계다.

(d) 박스 — 평형 점유 logistic.  $\Omega_j = 0$ 이면 (1.25)를 (1.36)에 넣어  $RT \ln[\theta_{\text{eq}}/(1 - \theta_{\text{eq}})] = -sF(V - U)$ , 로그를 풀면 닫힌 꼴이 나온다:

$$\theta_{\text{eq}}(V, T) = \frac{1}{1 + e^{+sF(V-U)/RT}}, \quad \xi_{\text{eq}}(V, T) = 1 - \theta_{\text{eq}} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V-U)/RT}}, \quad w \equiv \frac{RT}{F}. \quad (1.37)$$

자리당 언어와의 일치 검산 — 식 (1.19)의 지수는  $\beta \Delta \mu$ 이고, 몰로 올리면  $(\mu^0 - \mu_{\text{Li}})/RT$ , 여기에 (1.36)를 넣으면  $+sF(V - U)/RT$  — 정확히 (1.37)의  $\theta_{\text{eq}}$  지수다(자리당 쌍  $(k_B T, e)$ 가 몰당  $(RT, F)$ 로 한꺼번에 환산). 점유  $\theta_{\text{eq}}$ 는  $V$ 에 감소하고 탈리튬화 진행률  $\xi_{\text{eq}}$ 는 증가하는 logistic이며, 그림 6가 온도별 개형과 두 곡선의 여집합 교차를 보인다. 여기서 세 가지가 본론으로 이어진다.

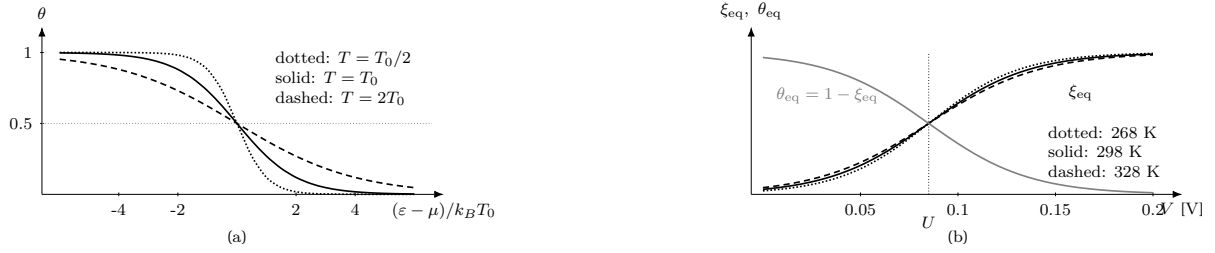


Figure 6: 단일 자리 점유의 전기화학적 재배개변수화(좌표는 식 그대로의 수치 평가). (a) 식 (1.19)의  $\theta - \epsilon = \mu$ 에서  $\frac{1}{2}$ , 낮은  $T$  일수록 계단( $\beta \rightarrow \infty - T \rightarrow 0$  극한이 계단 함수다), 높은  $T$  일수록 완만. (b) 식 (1.37)의  $\xi_{eq}(V)$  ( $U = 0.085$  V, stage 2 $\rightarrow$ 1 초기값) — 폭  $w = RT/F$ 가 23.1/25.7/28.3 mV(268/298/328 K)로  $T$ 에 비례해 열리고, 회색  $\theta_{eq} = 1 - \xi_{eq}$ 와 중심  $V = U$ 에서 교차한다( $\frac{1}{2}$ ).

- (i) 일반화는 §1.5 소관. 고정 부호  $s$  자리에 방향 부호  $\sigma_d$ , 중심에 분기 중심  $U_j^d$ (§1.4), 폭에 다중도  $w_j = n_j RT/F$ 를 넣은 것이 모델의 평형 진행률  $\xi_{eq}$  다 — 단 지수의  $\sigma_d$ 는  $\text{logistic}[-x] = 1 - \text{logistic}[x]$ 에 의한  $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$  여집합 relabel 일 뿐 중  $\xi(1 - \xi)$ 은 불변이라, 물리 작용처 (§1.1의 분극·분기·꼬리)로는 세지 않는다.
- (ii) 동역학 경로와의 합류. 같은 logistic 이 Eyring 속도식의 정지점(detailed balance, §1.5)에서도 나온다 — 평형비  $\xi_{eq}/(1 - \xi_{eq}) = e^{sF(V-U)/RT}$ 가 두 경로에서 같으니, 통계(이 절)와 동역학(§1.5)은 한 분포의 두 유도다(§1.5.3의 명제를 Part 0이 평형 쪽에서 선결).
- (iii)  $\Omega_j \neq 0$ 이면 닫힌 logistic 이 아니다. (1.36)에 상호작용까지 든 식 (1.29)를 넣고  $\xi$  좌표의 우함수 대칭(§1.2.4)을 쓰면  $RT \ln[\xi/(1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi) = sF(V - U)$ 의 암시적 등온선이 되고(§1.4의  $V_{eq}(\xi)$ ),  $\Omega_j > 2RT$ (식 (1.31))면 비단조다. 곧 닫힌 logistic 은  $\Omega_j = 0$ 에서만 엄밀하며,  $\Omega_j \neq 0$  전이에 같은 서식을 계속 쓰는 것의 지위(평형 예측 vs 현상학적 폭)는 §1.5의 폭 이중지위가 가른다.

**부호 계산. 부호(Part 0).**  $s = +1$ :  $V \uparrow \Rightarrow \mu_{Li} \downarrow$ (식 (1.36))  $\Rightarrow \theta_{eq} \downarrow, \xi_{eq} \uparrow$  — 전위를 올리면 탈리튬화가 진행된다(본론 규약 일치).  $V = U \Rightarrow \theta_{eq} = \xi_{eq} = \frac{1}{2}$ ,  $T \rightarrow 0$  계단( $w \rightarrow 0$ )· $T \uparrow$  폭 비례( $w = RT/F$ ). 방향 부호  $\sigma_d$ 의 작용처(분극·분기·꼬리)는 §1.1·§A 소관 — Part 0은  $s = +1$  고정.

## 1.2.6 다클래스 lattice gas — 전하 보존식의 대정준 반전

§1.2.3는 동등 자리  $M$ 개의 한 클래스에서 인수분해  $\Xi_M = \Xi_1^M$ 을 단았고, §1.2.5는  $\mu$ 를 측정 전위  $V$ 에 결선헤 전이 하나의 평형 점유를 logistic으로 단았다. 실제 전극은 전이 하나가 아니라 staging이 나누는 여러 전이를 동시에 갖는다 — 이 소절은 두 결과를 전이 여럿으로 한 줄 넓혀, 본론과 Part T가 중심식으로 쓰는 전하 보존 음함수(implicit function)가 이 대정준 구조의 제약 반전(constrained inversion)임을 보인다. 도착점은 그 음함수의 통계역학적 기원과 반전 유일한 근(unique root)의 fluctuation 증명이고, 이를 받아 다음 소절(§1.2.7)이 사다리를 마감한다.

(a) 출발 — “전이  $j =$  자리 클래스  $M_j$ ” 프레이밍. §1.2.3의 인수분해 (1.22)는 자리가 전부 동등하다는 전제 위에 섰다. 실제 전극의 자리는 한 종류가 아니다 — staging 갤러리마다 삽입 환경이 달라, 자리 전체는 전이  $j = 1, \dots, N_p$ (§1.1)별 자리 클래스(site class)로 갈라진다: 클래스  $j$ 는 동등 자리  $M_j$ 개와 유효 자리 자유에너지  $\tilde{\epsilon}_j(T)$  — 식 (1.18)의 클래스판으로, §1.2.5의 재포장을 클래스마다 반복하면 전이 중심  $U_j$ 를 정하는 그 양이다 — 를 갖는다. 가정 1(hard-core 배타)은

자리마다 그대로 두고, 가정 2(자리 독립, §1.2.2)는 클래스 언어로 다시 적는다 — 클래스 안에서든 클래스 사이에서든 자리들은 독립이다. 모든 클래스는 같은 저장조(그림 3)와 입자를 교환하므로 화학퍼텐셜은  $\mu$  하나뿐이다 — 전이가 여러 개라도 전극에 거는 전위가 하나라는 실험 구도의 통계역학 쪽 표현이다.

(b) 연산 — 클래스곱 인수분해. 대정준 합은 독립 자리별 곱으로 갈라지고 (§1.2.3 와 같은 대수), 같은 클래스에 속한 인수  $M_j$  개는 서로 같으므로

$$\Xi = \prod_{j=1}^{N_p} \Xi_{1,j}^{M_j}, \quad \ln \Xi = \sum_{j=1}^{N_p} M_j \ln \Xi_{1,j}, \quad \Xi_{1,j} = 1 + e^{-\beta(\tilde{\epsilon}_j - \mu)} \quad (1.38)$$

— 독립 부분계 분배함수의 표준 인수분해다 [7, 9]. 근사 경계는 두 겹이다: (i) 클래스 안의 이웃 상호 작용  $\Omega_j$  (§1.2.4)는 각 자리가 자기 클래스의 평균 점유만 느끼는 자기무모순 평균장으로 들어간다 — 명시하면 §1.2.5 (iii)의 암시 등온선 그대로, (1.39)의 지수가 몰당  $[sF(V - U_j) + \Omega_j(1 - 2\theta_j)]/RT$ 로 밀려  $\theta_j$  자신이 지수에 되먹임되는(정의상 implicit) 서식이고, 아래 (1.39)–(1.41)의 명시 끝은 그 되먹임을 끈( $\Omega_j=0$ , 곧 상호작용 뒀을 상수로  $U_j$ 에 흡수한) 독립 자리 서식이다; (ii) 클래스 사이의 상관 — 한 갤러리의 채움이 이웃 stage의 문턱을 옮기는 staging 결합 — 은 이 곱에서 빠진다. 곧 식 (1.38)는 평균장 수준에서 정확하다.

(c) 중간식 — 평균 입자수 = 용량가중 점유합. 식 (1.10)의 셋째 식을 (1.38)의 로그에 적용하면 미분이 항별로 갈라져 §1.2.2의 단일 자리 계산이 클래스마다 반복된다:

$$\langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} = \sum_{j=1}^{N_p} M_j \theta_j(\mu), \quad \theta_j = \frac{1}{1 + e^{+\beta(\tilde{\epsilon}_j - \mu)}} \quad (1.39)$$

—  $\theta_j$ 는 점유율 (1.19)의 클래스판이다. 저장된 Li 총량은 클래스 크기로 가중한 점유합이라는, 그 자체로는 자명해 보이는 이 식이 전하로 읽는 순간 중심식이 된다.

(d) 박스 — 전하 보존 음함수의 식별. 남은 일은 입자수를 전하로 읽는 것뿐이다. 자리당 전하가  $F/N_A$  이므로 클래스 용량과 총용량을  $Q_j \equiv (F/N_A)M_j \cdot Q \equiv \sum_j Q_j$ 로, 추출(탈리튬화) 전하분율을  $\bar{x} \equiv 1 - \langle N \rangle / \sum_j M_j$ 로 두면(좌표 —  $\bar{x}$ 는 Li 함량  $x$ 와 배향이 반대다), 식 (1.39)에서

$$Q \bar{x} = Q - \frac{F}{N_A} \langle N \rangle = \sum_j Q_j (1 - \theta_j) = \sum_j Q_j \xi_j$$

이고, 진행률  $\xi_j = 1 - \theta_j$ (자리 공위 = 탈리튬화 진행)는  $\mu \leftrightarrow V$  결선 (§1.2.5)을 거치면 평형 진행률  $\xi_{\text{eq},j}(V, T)$  (1.37) 그 자체다. 고정된  $\bar{x}$ 에서 이 등식을 만족시키는 전위가 관측 평형 전위  $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$ 다:

$$\boxed{\sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q \bar{x}, \quad Q_j = \frac{F}{N_A} M_j, \quad Q = \sum_j Q_j.} \quad (1.40)$$

이 식은 Part T가 겹침 가중의 출발점으로 세우는 전하 보존 음함수 (§1.15.1 식 (1.122))와 글자까지 같고, 본론 §1.6(N6)이 관측  $dQ/dV$ 의 출발로 놓는 보존식  $Q_{\text{cell}} = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 의 전이 뒀  $\sum_j Q_j \xi_j$ 의 통계역학적 기원이다 — 배경 뒀  $Q_{\text{bg}}$ 는 클래스 구조 밖의 비전이 저장이 더하는 가법 항이다. 반전의 지위도 여기서 정확해진다: 대정준에서는  $\mu$ (결선하면  $V$ )가 독립변수여서  $\langle N \rangle(\mu)$ 가 결정되는 반면, 측정은 거꾸로 통과 전하( $\bar{x}$ )를 고정하고 그에 맞는 전위를 푼다. 곧  $U_{\text{oc}}$ 가 식 안에 음함수로 앉는 것은 논리 공백이 아니라 이 고정-함량 반전의 정의상 *implicit formulation*



이며, 대정준( $\mu$  독립) $\rightarrow$ 정준( $\langle N \rangle$  고정)의 Legendre-컬레 반전이다.

**검산.** 검산 세 건 — (i) 유일한 근(*fluctuation positivity*). 식 (1.39) 을  $\mu$  로 미분하면 클래스마다 *fluctuation-response* 관계 (1.20) 가 반복되어

$$\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = \beta \sum_{j=1}^{N_p} M_j \theta_j (1 - \theta_j) = \beta \text{var}(N) > 0 \quad (1.41)$$

— 둘째 등호는 독립 자리의 분산 가법이고, 대정준 일반 항등식  $\partial \langle N \rangle / \partial \mu = \beta [\langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2]$  의 특수형이다 [9]. 유한  $T$  에서  $0 < \theta_j < 1$  라 부등호가 강하고, 결선 (1.36)( $s=+1$ ) 이  $\mu$  를  $V$  의 단조 아핀 함수로 놓으므로 박스 (1.40) 좌변은  $U_{oc}$  에 연속 순증이며  $U_{oc} \rightarrow \mp \infty$  에서  $0/Q$  로 간다 —  $\bar{x} \in (0, 1)$  마다 근이 존재하고 유일하다. 입자수 *fluctuation* 의 *positivity* 가 유일한 근을 보증한다는 이 한 줄이 Part T 의 계산(그 파트의 유일한 근 서술, §1.15.1)의 통계역학 증명이고, 단일 자리 *fluctuation* (1.20) 의 거시판이다. 가드 — 평균장 이중웰( $\Omega_j > 2RT$ , 식 (1.31))의 비단조 등온선 가지(그림 5)는 이 보증의 밖이고 그 창 의 분기 구성은 §1.4 소관이며, 본론과 Part T 가 반전에 실제로 쓰는 전이별 *logistic* 서식(폭  $w_j$  의 이중지위는 §1.5)은 항마다 강단조라 보증 안이다. (ii) 확장 off —  $N_p = 1$  회수. 클래스가 하나면 (1.38) 는  $\Xi = \Xi_1^M$  (1.22) 로, (1.39) 는  $\langle N \rangle = M\theta$  (§1.2.3) 로 정확히 되돌아가고, 박스 (1.40) 는  $\xi_{eq} = \bar{x}$  — 전이 하나의 진행률이 곧 추출 분율이라는 좌표 항등 — 으로 줄어 그 닫힌 역이 다음 소절의 Nernst 식이다( $N_p \geq 2$  겹침에서는 닫힌 역이 없어 수치 유일한 근만 남는다). (iii) 부호 읽기. (1.36) 로 지수  $\beta(\bar{\epsilon}_j - \mu)$  는 몰당  $+F(V - U_j)/RT$  ( $s=+1$ ) 로 환산되어  $V \uparrow \Rightarrow \theta_j \downarrow \Rightarrow \sum_j Q_j \xi_{eq,j} \uparrow$  — 전위를 올리면 추출이 진행된다는 §1.2.5 의 부호 검산과 같은 방향이고,  $\bar{x}$  고정에서  $\mu$  를 푸는 일은 곧  $V$  를 푸는 일이라 그 근이  $U_{oc}(\bar{x}, T)$  다.

**배경.** 앙상블 동등성 — 상대 *fluctuation* 의  $1/\sqrt{M}$  소멸. §1.2.3 는 대정준 경로(자리 하나의 확률)와 샘플 경로(배치 수의 로그)가 같은  $\mu(\theta)$  에 닿는 것을 앙상블 동등성이라 불렀고(식 (1.24)), 이 소절은 고정 함량 반전을 대정준 $\rightarrow$ 정준 Legendre 반전으로 달았다. 두 앙상블이 같은 열역학을 주는 근거가 방금 계산한 *fluctuation* 에 있다. 식 (1.41) 로 입자수 분산은 자리 수에 비례하고( $\text{var}(N) = \sum_j M_j \theta_j (1 - \theta_j) = O(M)$ ,  $M \equiv \sum_j M_j$ ) 평균도 자리 수에 비례하므로( $\langle N \rangle = \sum_j M_j \theta_j = O(M)$ , 식 (1.39)), 상대 *fluctuation* 은

$$\frac{\sqrt{\text{var}(N)}}{\langle N \rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{M}} \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0$$

로 거시 자리 수  $M$ (마이크론 흑연 입자에서  $M \gg 10^8$ )에서 소멸한다. 곧  $\mu$  를 고정하면 — 대정준에서  $\langle N \rangle$  에 *fluctuation* 이 있더라도 — 함량이 사실상 한 값에 고정되어,  $N$  을 고정한 정준 기술과 같은 강도적 열역학을 준다. 대정준( $\mu$  독립)으로 세든 정준( $\bar{x}$  고정)으로 세든 결과가 같다는 앙상블 동등성이 이 소멸의 따름이며 [7, 9], 이 소절의 반전이 대정준 근  $U_{oc}$  를 정준 관측(고정  $\bar{x}$ )으로 읽어도 되는 근거다 —  $\sqrt{\text{var}(N)}/\langle N \rangle$  이 곧  $U_{oc}$  를 흐리는 함량 폭인데, 그 폭이 거시  $M$  에서 소멸하기 때문이다. 한정 — 이 소멸은 자리 독립(식 (1.38))의 인수분해 전제 위에서다; 평균장 이중웰( $\Omega_j > 2RT$ , 식 (1.31))의 상분리 창은 강상관 영역이라 *fluctuation* 이 거시적으로 자라 상대 *fluctuation* 이  $1/\sqrt{M}$  로 죽지 않으며, 그 창 의 분기 구성은 §1.4 소관이다(본론과 Part T 가 반전에 실제로 쓰는 전이별 강단조 서식은 이 소멸 안).

이로써 사다리에는 logistic 과 Nernst 사이에 “다클래스 반전” 계단이 하나 더 놓였다 — 본론 §1.6 과 Part T 의 겹침 가중·계산용 종합식(§1.15.1-§1.18)이 이 계단을 결과 사슬에서 그대로 재현한다. 남은 것은 이 통계역학  $\mu$  가 본론의 거시 정의( $G \equiv H - TS$ )와 같은 양이라는 다리이며, 다음 소절이 그 다리와 Nernst 식으로 Part 0 을 마감한다.

### 1.2.7 거시 열역학 유도 — $G \equiv H - TS$ , $\Delta G_j = -sFU_j$ , Nernst 식

(a) 출발 — 두 언어의 같은  $\mu$ . 본론 §1.3 는 거시 정의 — Gibbs 자유에너지  $G \equiv H - TS$  와  $\mu \equiv \partial G / \partial n|_{T,P}$  — 에서 출발한다. 통계역학 쪽 정의는 §1.2.1 의  $\mu = \partial F / \partial N|_{T,V}$  였다. 둘의 다리는  $G = F + PV$  다 — 완전한  $F$  라면 두 미분은 항등으로 같고 ( $\partial G / \partial n|_{T,P} = \partial F / \partial n|_{T,V}$ : 역학 평형  $P = -\partial F / \partial V$  의 연쇄율), 근사가 실제로 맞는 곳은 격자를 강제로 두어 부피 일을 떨어뜨린 모형  $F$  쪽이다. 응축상 격자에 이온 1몰을 넣을 때의  $P\Delta v$  몫(상압에서 부분몰 부피 수  $\text{cm}^3/\text{mol}$  기준  $\sim 1 \text{ J/mol}$  미만)은  $RT \sim 2.5 \text{ kJ/mol}$  · 전기 일  $F \times$  수백 mV  $\sim 10^1 \text{ kJ/mol}$  에 비해 무시되므로

$$\mu = \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P} \simeq \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} \quad (\text{삽입 고체: } P\Delta v \ll RT) \quad (1.42)$$

— §1.2.3–§1.2.5 에서 세운  $\mu(\theta)$  를 본론의 거시  $\mu$  자리에 그대로 꽂아도 되는 근거가 이 한 줄이다.

(b) 연산 — 반응 자유에너지의  $H, S$  분해. (1.36) 의 비배치 몫  $\Delta G_j = \mu^0 - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}$  은 온도의 함수이고,  $G \equiv H - TS$  를 반응 차분에 적용하면  $\Delta G_j(T) = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$  다.

(c) 중간식 — 평형 중심의 온도 환산. 이를  $\Delta G_j = -sFU_j$  와 등치하면  $\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j(T)(s=1)$  — 그 이항이 §1.3 의 결과 박스( $U_j(T) \cdot \partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ )이며, 박스는 그 절의 것을 그대로 쓰고 여기 다시 적지 않는다.

(d) 박스 — Nernst 식으로 마감. 마지막으로 (1.37) 의  $\xi_{\text{eq}}$  를 전위에 대해 뒤집으면 ( $\xi / (1 - \xi) = e^{sF(V-U)/RT}$  의 로그) 이상 극한( $\Omega_j = 0$ )의 평형 전위 곡선이 닫힌다:

$$\Delta G_j = -sFU_j, \quad V_{\text{eq}}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \quad (\Omega_j = 0, s = +1). \quad (1.43)$$

로그 몫의 정체는 (1.23) 섞임 엔트로피의 부분몰 몫이다 — Nernst 식의  $\ln[\xi / (1 - \xi)]$  는 곡선맞춤이 아니라 배치 샘플에서 온다(Part T 의 식 (1.109)가 같은 결론을 발열 관점에서 재사용한다).

검산. 극한·부호 검산 —  $\xi = \frac{1}{2}$  에서  $V = U_j$ (중심),  $T \uparrow$  이면 로그 몫의 기울기(폭  $w = RT/F$ )가 비례해 커지고,  $\Delta S_{\text{rxn},j} > 0$  이면 중심이 온도에 오른다. 상호작용 몫  $\Omega_j(1 - 2\xi)/sF$  를 더하면 §1.4 의  $V_{\text{eq}}(\xi)$  로 확장되고,  $\Omega_j > 2RT$  의 비단조가 히스테리시스로 이어진다.

핵심. **Part 0 사다리.** 등확률 (1.5)  $\rightarrow$  Gibbs 인자·Ξ (1.10)  $\rightarrow$  단일 자리  $\theta$  (1.19) · fluctuation (1.20)  $\rightarrow$  lattice gas · 섞임 엔트로피 (1.23)  $\rightarrow$  평균장  $\Omega$  (1.29) · (1.30) · 문턱 (1.31)  $\rightarrow$  전위 결선 (1.36)  $\rightarrow$  logistic (1.37)  $\rightarrow$  다클래스 전하보존 반전 (1.40) ( $\langle N \rangle = \sum_j M_j \theta_j$  의 유일한 근  $U_{\text{oc}}$ )  $\rightarrow$  Nernst (1.43). 본론이 결과로 쓰는 평형식의 전 유도가 이 사다리에 있다 — 이후 절은 같은 사다리를 결과 사슬 ( $N1-N9$ ) 순서로 다시 따른다.

## 1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학적 유도

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이  $j$  의 평형 중심 전위  $U_j(T)$  다. 이 값은 열역학 입력 ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$ )에서 식 (1.49)로 계산되거나, 주어지지 않으면  $U$  값을 직접 취한다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 닫는다. 이 유도가 닫는 통계역학적 기원 ( $Z \rightarrow \mu$  · 전기화학 결선 ·  $G \simeq F$  다리)은 Part 0 (§1.2.1–§1.2.5–§1.2.7)가 세웠다 — 이 절은 그 위에서 입력 ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$ )으로 잇는 결과 사슬 쪽이다.

### 1.3.1 $G, \mu$ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.44)$$

이며, 이 두 항 — 엔탈피  $H$  와  $-TS$  — 의 상대적 크기를 온도가 정한다. 입자 1몰 변화당  $G$  변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.45)$$

두 장소의  $\mu$  일치가 입자 교환 평형이다. (b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형. 리튬은  $\text{Li}^+$  와  $e^-$  로 갈라져 드나들므로 각 종의 화학퍼텐셜에 전기 일  $zF\phi$  (1몰)가 더해진 전기화학 퍼텐셜  $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$  (식 (1.32))가 균형을 이룬다. 삽입 반응  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$  의 평형 조건  $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$ , 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.46)$$

에서, 전자 항이  $z = -1$  이라 측정 전위  $V$  를 통해  $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$  로 들어온다. (c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수. 좌변에서  $-FV$  만 전위 의존이고 나머지 ( $\text{Li}^+$  활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진  $T$  에서 상수이므로, 그 상수 덩이  $C$  에서 비배치 기준  $\mu^0$  를 뺀 나머지를  $sFU$  로 정의해 ( $C \equiv \mu^0 + sFU$  — Part 0 식 (1.36) 의  $U \equiv (\mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} - \mu^0)/F$  와 동일;  $s = +1$  라  $-FV = -sFU$ ) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.47)$$

형태가 된다. 여기서  $s$  는 방전 규약의 고정 부호  $+1$  이고,  $U$  는 비배치 묶 자유에너지를 전위로 환산한 값이다. (d) 부호 핵심.  $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$  가 양이면  $\Delta G_j < 0$ , 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한  $V$  상승(전자 화학퍼텐셜 하락)  $\Rightarrow$  평형 점유율 하강, 곧 “ $V$  를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다 (§1.5 의 logistic 부호로 회수).

### 1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 묶은 반응 자유에너지  $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$  다. (b)(c) 연산·중간식 — 식 (1.47) 의  $\Delta G_j = -sFU_j$  ( $s = +1$ )에 대입해  $U_j$  로 이항.

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \quad \Rightarrow \quad U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.48)$$

(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.49)$$

부호 — 발열 반응  $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$  이면 분자  $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$  이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.49) 를  $T$  로 미분한  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$  이며, 이는 Gibbs 항등식  $\partial \Delta G / \partial T = -\Delta S$  와 식 (1.47) 의  $\Delta G = -FU$  를 잇는 것과 같은 결과다.  $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim \text{수} \sim \text{수십 J}/(\text{mol K})$  라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다  $U_j(T)$  를 따로 읽어야 하는 이유다. 온도가 배열  $T(V)$  (비등온)이면  $U_j$  도  $V_n$  점별 배열로 나온다. 네 전이의  $U_j(T)$  직선과

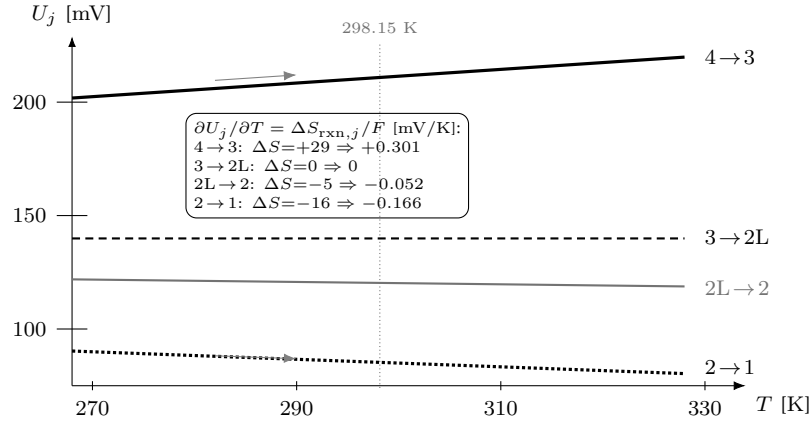


Figure 7: 평형 중심의 온도 의존  $U_j(T)$ (식 (1.49); 좌표는 식 그대로의 수치 평가: 표 2의 네 전이 ( $\Delta H_{\text{rxn},j}$ ,  $\Delta S_{\text{rxn},j}$ ),  $T=268\text{--}328$  K). 각 직선의 기울기가 정확히  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$  라, 반응 엔트로피의 부호가 중심의 이동 방향을 정한다 —  $\Delta S > 0$  인  $4 \rightarrow 3(+29)$ 은 온도가 오르면 중심이 올라가고,  $\Delta S = 0$  인  $3 \rightarrow 2L$ 은 평평하며,  $\Delta S < 0$  인  $2 \rightarrow 1(-16)$ · $2L \rightarrow 2(-5)$ 은 내려간다. 기울기 규모는  $|\Delta S|/F \sim$  수십  $\mu\text{V/K} \sim 0.3$  mV/K 이라 60 K 창에서 중심이 수~수십 mV 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다  $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 까닭이 이 서로 다른 기울기다. 세로축은 75 mV에서 끊어 그렸다.

기울기 부호의 갈림은 그림 7가 한 장에 보인다.

전이 중심의 실제 산출 경로를 정리하면 —  $U_j(T)$ 는 열역학 입력 ( $\Delta H_{\text{rxn}}$ ,  $\Delta S_{\text{rxn}}$ )이 주어지면 식 (1.49)로 계산되고(비등온이면 배열  $T$  그대로), 주어지지 않으면  $U$  값을 직접 취한다. 이때 반응 엔트로피 자리에는 전극별 유효값이 들어가는데, 흑연에서는 입력 그대로(항등)이고 LCO에서는 전자 엔트로피 항이 더해진다(Chapter 2 §2.7). 수치 예시로 stage  $2 \rightarrow 1$ 의 초기값  $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000$  J/mol,  $\Delta S_{\text{rxn}} = -16$  J/(mol K)를 넣으면  $U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853$  V로 목표 0.085 V와 정합한다. 구현 대응은 부록 B에 둔다.

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.45)의  $\mu$ 에 상호작용 뭉치 들어가 평형이 이동하는 데서 온다.

## 1.4 히스테리시스 분기 중심

평형 중심  $U_j$ 는 상호작용  $\Omega_j$ 와 분기 인자  $\gamma_j$ 가 있으면 방향별 분기 중심  $U_j^d$ 로 이동한다(그렇지 않으면  $U_j$  그대로). 본 장의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삽입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원[12]). 이 절은 그 gap의 닫힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal을 거쳐 단계적으로 유도한다.

유도에 들어가기 전에 이 분기의 물리적 계보와 두 용어를 놓는다. 상분리 삽입 전극에서는 충·방전 전위의 갈림이 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않음이 실측된다 — 서론의 관측이 말한 잔존 성분이며, 그 기원이 저항·분극 같은 동역학이 아니라 비단조 자유에너지를 갖는 계의 준안정성이라는 것이 Dreyer 등의 열역학 분석이다[12, 13]. 준안정 가지(metastable branch)는 국소적으로는 안정하나 전역 최소는 아닌 상태들의 연속이고, 과주행(overshoot)은 진행이 평형 전환점(Maxwell 전위)을 지나서도 그 가지를 따라 더 나아가는 것이다 — 이상 단일 입자가 과주행할 수 있는 상한이 spinodal(자유에너지 곡률이 0이 되는 안정성 한계)이며, 이 절의 gap 닫힌 식이 바로

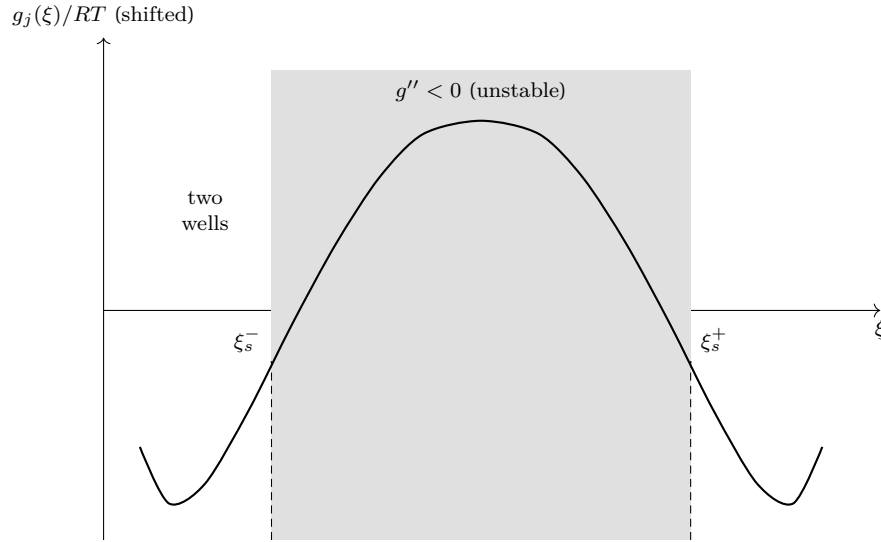


Figure 8: 격자기체 자유에너지  $g_j(\xi)$  (식 (1.30)의 개형,  $\Omega_j = 3RT$  — 정성 곡선; 수치 정확 좌표는 그림 4의 같은 곡선).  $\Omega > 2RT$  면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 띠( $g'' < 0$ , 식 (1.50))가 변곡점  $\xi_s^\pm$  (spinodal, 식 (1.51)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡를 부호 전환이 §1.4의 비단조 전위 곡선과 분기 gap을 낳는다.

그 상한이다.  $N$  개 입자 앙상블이 같은 그림 위에서 평탄역을 만드는 경로는 §1.7(iii-a)가 잇는다.

#### 1.4.1 상호작용에 의한 평형 이동 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫

(a) 출발 — Part 0의 결과 받기. 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율  $\theta$ 의 화학퍼텐셜과 진행률 좌표의 정규용액 자유에너지는 Part 0이 세운 식 (1.29)·(1.30) 그대로다( $\Omega_j > 0$ 이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 기원, 식 (1.31)). (b) 연산 — 두 번 미분. 식 (1.30)를 두 번  $\xi$ 로 미분하면(로그 몫의 1계 미분  $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$ , 2계 미분  $RT/[\xi(1-\xi)]$ ; 상호작용 몫의 2계 미분  $-2\Omega$ )

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.50)$$

(c) spinodal —  $g_j'' = 0$ 의 근.  $g_j'' = 0$ 은  $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$ , 곧  $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.51)$$

$u_j$ 가 실수가 되는 조건  $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며( $g'' < 0$  구간이 생겨 한 전위에 여러  $\xi$  — 그림 8),  $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱을 넘지 못하면( $\Omega_j \leq 2RT$ ) 분기 gap은 정확히 0이다(식 (1.55) 참조).

#### 1.4.2 gap의 닫힌 끝 — 두 spinodal의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.47)( $\mu = \mu^0 - sF(V-U)$ , 배치 몫 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.30)의 1계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다( $g_j'(\xi) = RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V_{eq} - U_j)$ ). 1차(직선) 몫을 뺀 식 (1.30)가



1계 미분에서도 옳은 근거는 Part 0 이 세운 조성 몫의 우함수 대칭 (§1.2.4:  $f(1-\xi) = f(\xi)$ , 따라서  $f'(1-\xi) = -f'(\xi)$ ) 이다 — 식 (1.29) 의  $\mu_{Li}(\theta) - \mu^0 = f'(\theta)$  에  $\theta = 1-\xi$  를 넣으면  $\mu_{Li} - \mu^0 = f'(1-\xi) = -f'(\xi) = -g'_j(\xi)$  가 되고, 펜 선형 몫이 남긴 상수  $\mu^0$  가 식 (1.47) 양변에서 상쇄돼 선형항 없이도 위 등식이 성립한다. 이를  $V_{eq}$  로 풀면

$$V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi), \quad (1.52)$$

이고  $\Omega_j > 2RT$  면 비단조다 — 방전은  $\xi \approx 0$  에서 상승 가치를 극대  $\xi_{s,j}^-$  까지, 충전은  $\xi \approx 1$  에서 극소  $\xi_{s,j}^+$  까지 과주행하므로 (전위 곡선의 극값이  $dV_{eq}/d\xi = g''_j/sF = 0$ , 곧 spinodal 과 같은 점 — 그림 10), 두 극값의 전위 차가 분기 gap 의 spinodal 상한이다. **(b) 연산 — spinodal 값 대입.** 식 (1.51) 의  $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$  를 식 (1.52) 의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와  $(1-2\xi)$  인자가 두 끝점에서 각각

$$\frac{\xi}{1-\xi} \Big|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1-2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.53)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. **(c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기.** 극값 차를 적으면 상수항  $U_j$  가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) - V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[ \ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.54)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라  $\ln[(1-u)/(1+u)] - \ln[(1+u)/(1-u)] = -2\ln[(1+u)/(1-u)] = -4\operatorname{artanh} u$ ,  $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$  사용). **(d) 박스 —  $s = +1$  정리.**

$$\boxed{\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[ \Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}.} \quad (1.55)$$

$\Omega_j \leq 2RT$  면 gap 은 정확히 0 이다 ( $0 < \Omega_j \leq 2RT$  는 제곱근이 허수,  $\Omega_j \leq 0$  은  $u_j > 1$  로  $\operatorname{artanh}$  정의역 밖. 이중웰 부재 — 두 경우를 하나의 명시 분기  $\Omega_j \leq 2RT$  로 묶는다). 부호 — 극대  $>$  극소라  $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$  이고,  $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$  에서  $u_j \rightarrow 0$  이라 Taylor 전개로  $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u_j^3 \rightarrow 0$  으로 연속이다 ( $u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$ ,  $T_{c,j} = \Omega_j/2R$  — 임계온도에서 매끄럽게 소멸). **Taylor 전개의 함정 — 두 급수를 함께 전개해야 한다.** 위  $\frac{8RT}{3F} u^3$  극한은 식 (1.55) 의 두 항  $\Omega_j u_j$  와  $2RT \operatorname{artanh} u_j$  를 함께  $u \rightarrow 0$  으로 전개해야 얻어진다.  $u_j$  정의를 뒤집으면  $\Omega_j = 2RT/(1-u_j^2)$  이라  $\Omega_j u_j = 2RT(u_j + u_j^3 + \dots)$  이고, 다른 항은  $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$  이므로  $\frac{2}{F} [\Omega_j u - 2RT \operatorname{artanh} u] = \frac{2}{F} [2RT(u+u^3) - 2RT(u+u^3/3)] = \frac{8RT}{3F} u^3$  로 양수로 소멸한다. 반면  $\Omega_j \approx 2RT$  를 첫째 항에 상수 대입만 하고  $\operatorname{artanh}$  만 전개하면  $\frac{2}{F} [2RT \cdot u - 2RT(u+u^3/3)] = -\frac{4RT}{3F} u^3$  로 부호가 뒤집힌 오답에 이른다 —  $\Omega_j$  가  $u_j$  를 통해  $u^3$  차수에 기여하는 몫을 빠뜨렸기 때문이다. 곧 임계온도 근방의 gap 은 반드시 양수로 소멸하며, 상수 대입은 물리적으로 무의미한 음의 gap 을 준다. 문턱·양수 연성 개시·상수-대입 오답·임계 소멸의 네 논점은 그림 9 이 정확식의 수치 평가로 한 장에 모은다.



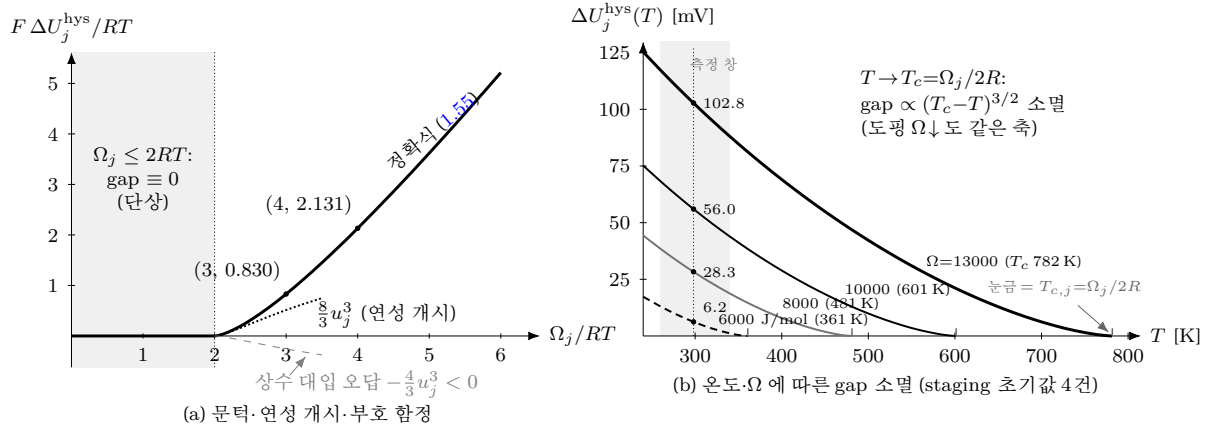


Figure 9: 히스테리시스 gap 닫힌 꼴  $\Delta U_j^{\text{hys}}$  (식 (1.55))의 전 거동 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가. (a) 무차원 gap  $F\Delta U_j^{\text{hys}}/RT = 2[\omega u_j - 2 \operatorname{artanh} u_j]$  ( $\omega \equiv \Omega_j/RT$ ,  $u_j = \sqrt{1 - 2/\omega}$ ): 문턱  $\Omega_j \leq 2RT$  (음영)에서 정확히 0, 문턱 직후 두 급수를 함께 전개한  $\frac{8}{3}u_j^3$  (점선)으로 양수 연성 개시하며,  $\Omega_j$ 를 상수 대입만 한 잘못된 전개는  $-\frac{4}{3}u_j^3$  (회색 파선)로 부호가 뒤집힌다 (본문 Taylor 전개의 함정). 점 (4, 2.131)은 그림 10의  $\Omega_j = 4RT$  gap과 같은 값이다. (b) 표 2의  $\Omega_j$  초기값 4건을 mV로 평가한  $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ : 각 곡선은 자기 임계온도  $T_{c,j} = \Omega_j/2R$  (축 눈금)에서  $(T_c - T)^{3/2}$ 로 매끄럽게 소멸한다 — 승온과 도핑에 의한  $\Omega_j$  감소 (식 (2.14))가 같은 축 위에서 gap을 닫는 두 조절 변수다. 점선 수직선은 298.15 K, 그 교점 수치는 spinodal 상한 gap이며 실측 분기는  $\gamma_j$  배 안쪽이다 (식 (1.57)).

### 1.4.3 방향별 분기 중심 $U_j^d$

(a) 출발 — 두 spinodal 끝점의 평균. 식 (1.53)의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 몫 합  $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$  과  $(1 - 2\xi)$  몫 합  $u + (-u) = 0$  이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.56)$$

— 분기는  $U_j$  대칭이다. (b)(c) 한 자유도로. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면 (축소 인자  $\gamma_j$ 와 부분 cycle 인자  $h_{\eta,j}$ 를 곱해)

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.57)$$

(d) 부호. 방전 ( $\sigma_d = +1$ )은 중심을 + 쪽, 충전 ( $\sigma_d = -1$ )은 - 쪽으로 옮겨  $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$  — 탈리튬화 가치가 높은 전위에 남는다는 영전류 극한의 실측 갈림 [12]과 부호가 일치한다.  $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한,  $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스 소멸,  $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정 (기본 1)이다. 두 인자의 지위를 명확히 하면 — spinodal 상한은 결함·fluctuation·불균일이 전혀 없는 이상 단일 입자가 안정성 한계까지 버틴다는 극한이고, 실재 전극은 대개 그 전에 (국소 fluctuation·불균일 핵생성으로) 가지를 이탈하므로 실측 gap은 상한보다 안쪽에 앉는다 — 그 축소를 전이당 한 계수로 흡수한 현상학 인자가  $\gamma_j \in [0, 1]$ 이다.  $h_{\eta,j}$ 는 완전 cycle을 전제한 분기가 부분 cycle 이력에서 덜 벌어지는 것을 담는 보정 인자다. 두 인자 모두 값은 피팅이 정하며, spinodal gap  $\Delta U_j^{\text{hys}}$ 는 그 피팅값이 넘을 수 없는 열역학 상한을 준다.

이 초기 이탈의 미시 기작은 상분리 부록 (독립 문서 — 상분리의 열역학)의 고전 핵생성 이론 (classical nucleation theory, CNT)이 정량한다 (부록 “준안정 영역 — 핵생성” 절). 준안정 가지 위에서 새 상의 임계핵 형성에는 계면 비용이 세운 자유에너지 장벽  $\Delta G^*$ 이 있어 핵생성률이

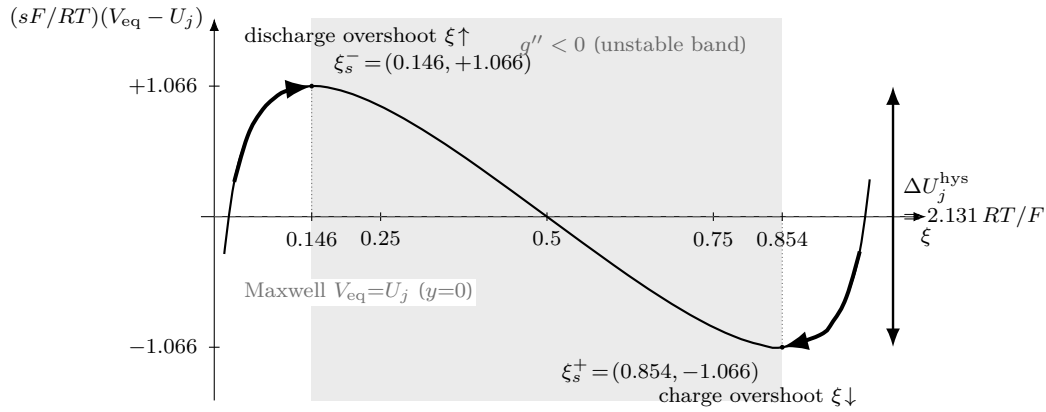


Figure 10: 비단조 평형 전위  $V_{eq}(\xi)$ (식 (1.52),  $\Omega_j = 4RT$  — 좌표는 식 그대로의 수치 평가:  $y = \ln[\xi/(1 - \xi)] + 4(1 - 2\xi)$ ). 굵은 화살표 경로가 과주행 — 방전은 상승 가치를 극대  $\xi_s^- = (0.146, +1.066)$  까지, 충전은 하강 가치를 극소  $\xi_s^+ = (0.854, -1.066)$  까지(식 (1.51),  $u_j = \sqrt{1/2}$ ). 두 극값의 전위 차가 spinodal 상한 gap  $\Delta U_j^{hys} = 2.131 RT/F$ (식 (1.55); 298 K 에서 54.8 mV), 실측 분기는  $\gamma_j$  만큼 안쪽(식 (1.57)). 회색 띠는  $g'' < 0$  불안정 구간, 파선은  $\gamma \rightarrow 0$  가역 한계의 Maxwell plateau( $y=0$ )다.

$\propto \exp(-\Delta G^*/k_B T)$  로 지수 억제되고, binodal(공통접선) 접점 근방에서는 구동력이 0 으로 가  $\Delta G^*$  가 발산하여 분해가 사실상 멈춘다 — 그 지수 억제가 걷히기 전까지 소인이 전위를 계속 옮겨 가치를 spinodal 쪽으로 과주행시킨다(부록 “본문과의 연결” 절이 이 그림을 §1.4 과 잇는 반대 방향 서술을 이미 둔다). 곧 결함·fluctuation·불균일이 없는 이상 단일 입자의 상한  $\gamma_j = 1$ (spinodal)에 대해, 실재 전극이 국소 fluctuation·불균일 핵생성으로 그 전에 가치를 이탈해  $\gamma_j < 1$  로 앓는 까닭에 CNT 가 미시 근거를 준다. 다만 CNT 는  $\gamma_j$  의 근거이지 예측식이 아니다 —  $\gamma_j$  는 전이당한 계수로 남는 현상학 인자이며(모델 차원 불변, spinodal gap  $\Delta U_j^{hys}$  가 그 상한), 부록의 계면 에너지  $\gamma[J/m^2]$ 는 여기 축소 인자  $\gamma_j$  와 무관한 별개 기호이고 부록의 자리 분율  $\xi(=Li \text{ 점유} = \text{본문 } \theta)$ 도 본문 진행률  $\xi(=1 - \theta)$  와 여집합임에 유의한다.

전이당 필요한 것은 상수인 분기 shift 뿐이므로, 식 (1.57) 의  $U_j$  자리에 0 을 대입해 shift 분만 얻고, 배열 중심  $U_j$  에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2}\sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{hys}(T_{rep}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.58)$$

이 분기 중심(식 (1.58))이 다음 절 평형 진행률  $\xi_{eq}$  의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9 의 꼬리 방향)뿐이다.

## 1.5 평형 진행률 $\xi_{eq}$ 와 폭 $w_j$

중심이 정해지면 다음으로 평형 진행률  $\xi_{eq,j}$  와 그 폭  $w_j$  를 정한다. 이 둘이 평형 종(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 질 순서는 유도가 모수화에 선행하도록 짚는다 — 먼저 평형 등온선을 정·역 속도의 균형에서 logistic 으로 닫아 자연 폭 척도  $RT/F$  를 드러내고(§1.5.1), 그 위에서 폭 다중도  $n_j$  로 일반화한 뒤 폭의 이중지위를 세운다(§1.5.2). 이 운동학 경로는 Part 0(§1.2.5)의 평형 통계 경로와 독립이며, 두 경로가 같은 logistic 에 닿는 것이 §1.5.3 의 통합이다.

### 1.5.1 평형 진행률 $\xi_{eq}$ — logistic 의 유도

평형 등온선은 §1.3 의 평형 조건을 정·역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫힌다. (a) 출발 — Eyring 속도식과 비대칭 장벽. 활성화 장벽  $\Delta G_a$  이상을 갖출 확률은 Boltzmann 분포  $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$  이고, 전이상태 이론의 시도 빈도  $k_0 = k_B T/h$  를 곱하면 Eyring 속도식  $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$  다(그림 11)[4]. 구동력  $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$  가 정·역 장벽을 비대칭 이동시켜(분율 위치  $\chi$  — 비평형 열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해[3]), 자리당 정·역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.59)$$

(b) 연산 — 비를 취해 detailed balance. 두 속도의 비를 취하면  $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$  가 약분되고 지수의  $\chi$  가 상쇄되어  $(\chi \mathcal{A} + (1-\chi)\mathcal{A}) = \mathcal{A}$

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi \mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.60)$$

— 평형비가  $\chi$  와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다( $\chi + (1-\chi) = 1$  합-1 제약이 강제한 결과). 운동 방정식은 정방향에 찬 자리( $1-\xi$ )에서, 역방향에 빈 자리( $\xi$ )에서 출발하므로  $d\xi/dt = r^+(1-\xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)(k_j \equiv r^+ + r^-)$ . (c) 중간식 — 정지점에서 logit. 정지점  $d\xi/dt = 0$  에서  $r^+(1-\xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$  (정·역 플럭스의 교점 — 그림 12), 곧 비 식 (1.60) 로

$$\frac{\xi_{eq}}{1-\xi_{eq}} = e^{\mathcal{A}_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.61)$$

(둘째 식은 분모·분자를  $e^{\mathcal{A}/RT}$  로 나눈 것). 이 bare logistic 의 중심 기울기는  $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$  로, 폭 척도  $RT/F$  를 정의한다 — 열역학은 detailed balance (1.60) 한 곳으로만 들어왔고, logistic 은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 다음 소절이 이 폭 척도를 다중도  $n_j$  로 일반화해 결과 박스를 닫는다. 본문이 여기서 빌려 쓴 두 양 — 시도 빈도  $k_0 = k_B T/h$  와 §1.8 가  $\Delta H_a - T\Delta S_a$  로 가를 활성화 자유에너지 — 의 미시 기원은 아래 배경 박스가 전이상태 이론의 분배함수로 닫는다.

배경. 전이상태 이론의 분배함수와 활성화 엔트로피 — 위 (a) 의 시도 빈도  $k_0 = k_B T/h$  와, §1.8 이 쓰는 활성화 엔트로피  $\Delta S_a$  는 전이상태 이론(transition-state theory, TST)의 분배함수에서 유도된다 — 이 박스는 그 미시 기원만 자족적으로 정리한다(본문 흐름은 이 박스 없이도 읽히고, §1.8 은 여기서 세운 갈래를 쓴다).

(a) 출발 — 두 전제. TST 는 두 가정 위에 선다: (i) 안장점 준평형 — 안장점의 활성복합체(activated complex)가 반응물과 Boltzmann 평형을 이룬다; (ii) 재교차 무시 — 안장점을 정방향으로 넘는 궤적은 되돌지 않고 모두 생성물이 된다(투과계수  $\kappa = 1$ )[6]. 반응좌표 모드는 길이  $\delta$  구간의 자유 1D 병진으로 다룬다 — 변분 TST·터널링 보정은 범위 밖이다.

(b) 연산 —  $k_B T/h$  의 미시 기원. 안장점에서 반응좌표 모드를 떼 활성복합체 분배함수를  $q^\ddagger$ , 반응물의 것을  $q_R$  로 둔다. 떼 반응좌표 모드는 유효질량  $m^*$  의 1D 병진 분배함수

$$q_{rc} = \frac{(2\pi m^* k_B T)^{1/2} \delta}{h} \quad (1.62)$$

— Part 0 의  $q(T)$  (1.16) 와 같은 위상공간/ $h$  눈금으로 센 상태 수 — 이고, 그 복합체가 안장점을 정방향으로 넘는 평균 속도는 반쪽 Maxwell 평균  $\langle v \rangle = (k_B T/2\pi m^*)^{1/2}$  다. 길이  $\delta$  에 갇힌 복합

체의 통과 빈도  $\langle v \rangle / \delta$  에 식 (1.62) 를 곱하면  $\delta$  와  $m^*$  가 정확히 상쇄되어

$$\frac{\langle v \rangle}{\delta} q_{\text{rc}} = \frac{1}{\delta} \left( \frac{k_B T}{2\pi m^*} \right)^{1/2} \frac{(2\pi m^* k_B T)^{1/2} \delta}{h} = \frac{k_B T}{h} \quad (1.63)$$

만 남는다 —  $k_0 = k_B T / h$  는 임의로 고른 상수가 아니라 유효질량·구간 길이에 무관한 장벽 통과와 보편 빈도다(298 K 에서  $6.2 \times 10^{12}$  /s).

(c) 중간식 — 준평형 인구와 자유에너지 묶기. 전제 (i) 로 활성복합체 대 반응물의 인구비가 분배함수 비에 장벽 바닥차  $\Delta E_0$  의 Boltzmann 인자를 곱한 값이므로, 통과 빈도에 이 인구를 실은 속도는

$$k = \frac{k_B T}{h} \frac{q^\ddagger}{q_R} e^{-\Delta E_0 / RT} \quad (1.64)$$

다[5, 9]. 본문 식 (1.59) 의 활성화 자유에너지  $\Delta G_a$  를 분배함수로 쓰면 — 재정의가 아니라 같은 양의 미시 표기 식별이다 —

$$\Delta G_a = -RT \ln \frac{q^\ddagger}{q_R} + \Delta E_0 \quad (1.65)$$

이고, 식 (1.64) 는  $k = (k_B T / h) e^{-\Delta G_a / RT}$  로 정리되어 식 (1.59) 가 쓰는 Eyring 형과 같아진다.

(d) 박스 — 활성화 엔트로피의 미시 의미.  $\Delta G_a = \Delta H_a - T \Delta S_a$  로 가르면

$$k = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S_a / R} e^{-\Delta H_a / RT}, \quad \Delta S_a = R \ln \frac{q^\ddagger}{q_R}. \quad (1.66)$$

활성화 엔트로피는 (반응좌표를 뺀) 활성복합체 분배함수  $q^\ddagger$  와 반응물 분배함수  $q_R$  의 비의 로그다 — 활성복합체의 자유도가 반응물보다 조이면 ( $q^\ddagger < q_R$ )  $\Delta S_a < 0$  라 prefactor 가 늘리고, 풀리면 ( $q^\ddagger > q_R$ )  $\Delta S_a > 0$  라 커진다.

**Part 0** 접속. 이 “로그-분배함수 = 엔트로피” 대응은 Part 0 의 내부 자유도 언어와 같다 — Part 0 은 단일 자리 내부 분배함수  $q(T)$  (식 (1.16)) 에 연산  $s_{\text{int}} = k_B \partial(T \ln q) / \partial T$  (식 (1.21)) 를 걸어 자리 엔트로피를 읽었고, 여기서는 같은 연산을 활성화의 비  $q^\ddagger / q_R$  에 걸어 활성화 엔트로피를 읽는다(비의 잔여  $T$ -의존은  $\Delta H_a$  쪽으로 넘기는 표준 읽기). 가드 — 여기  $\Delta S_a$  는 활성화(비가역 동역학, 안정점 대 반응물의 비)이고, 전이 중심의  $\Delta S_{\text{rxn}}$  (§1.3 — 반응·평형, 생성물 대 반응물의 비)과 차원은 같으나 물리가 다르다.<sup>2</sup>

**검산.** 검산 — (i) 차원:  $k_B T / h$  는 에너지/(에너지·시간)=[1/s] 이고 두 지수는 무차원이라  $k$  는 빈도 차원이다(식 (1.63)) — §1.8 완화율  $k_j$  와 같은 눈금. (ii) 고온 극한: 진동 모드의  $q \rightarrow k_B T / \hbar \omega$  라 Eyring 전치인자가  $(k_B T / h) (q^\ddagger / q_R) \rightarrow \prod_{i=1}^N \nu_i^R / \prod_{i=1}^{N-1} \nu_i^\ddagger$  — 온도·유효질량에 무관한 고전 시도빈도(진동수·곡률 비) — 로 유한수렴한다( $q_R$  는 반응물 전 모드· $q^\ddagger$  는 반응좌표를 뺀 모드라 비 자체는  $\propto 1/T$ ; 유한수렴의 주체는 비가 아니라  $k_B T / h$  와 묶인 전치인자다). (iii) 원형 회수: 활성화가 (반응좌표를 뺀 비교에서) 자유도를 조이지도 풀지도 않아  $q^\ddagger / q_R = 1$  이면  $\Delta S_a = 0$  이라 식 (1.66) 가  $k = (k_B T / h) e^{-\Delta H_a / RT}$  의 순수 Arrhenius 형으로 환원된다 — §1.10 의 기본값  $\Delta S_a = 0$  이 이 극한이다. (iv) 부호:  $q^\ddagger \leq q_R \Rightarrow \Delta S_a \leq 0 \Rightarrow e^{\Delta S_a / R} \leq 1$ .

**문헌 근거.** 다리 — eq:bv 의  $\chi$  분할이 어느 정식화인가. 식 (1.59) 가 구동력  $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$  를 정·역 장벽에  $\chi : (1 - \chi)$  로 실어 비대칭 이동시키는 것은 Bazant 의 비평형 열역학 전하전달 이론[3] 이 세운 표준 분해다. 대응은 다음과 같다(왼쪽이 본문 기호, 오른쪽이 원 논문 량):

<sup>2</sup>여기  $q^\ddagger, q_R$  (TST 분배함수)와 Part 0 의  $q(T)$  (자리 내부 분배함수)는 모두 통계역학 분배함수로, N6–N9 의 용량 좌표  $q=Q/Q_{\text{cell}}$  와는 무관하다(식 (1.16) 각주와 같은 가드).

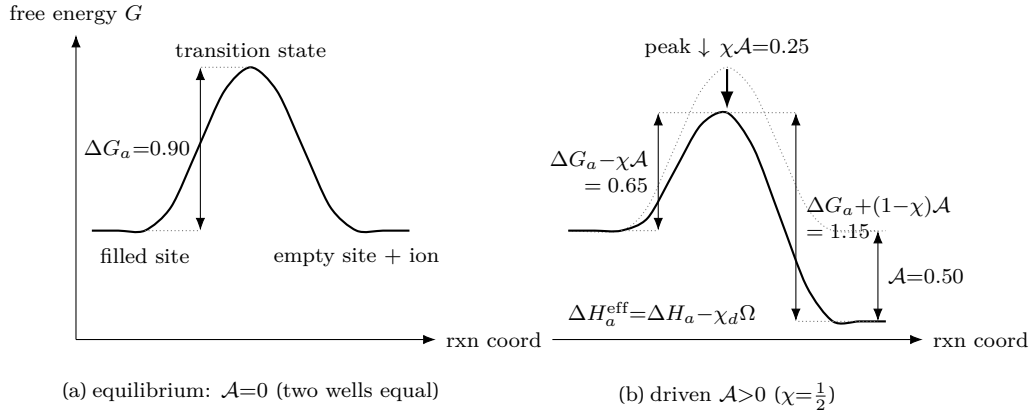


Figure 11: 활성화 장벽 그림 — Eyring 속도식(식 (1.59))의 반응 좌표 개형(좌표는 모형 이중웰 퍼텐셜  $G_{\text{base}}=0.1+0.9\sin^2[\pi(x-1)/4]$ 의 수치 평가, 구동은 진행률  $\phi$ 를 따라  $A$ 만큼 기울임). (a) 평형( $A=0$ ) — 두 골 같은 높이, 장벽  $\Delta G_a=0.90$ . (b) 구동력  $A_j=sF(V_n-U_j)>0$  ( $\chi=\frac{1}{2}$ )가 도착 골을  $A=0.50$  내려 정점을  $\chi A=0.25$  낮추면, 정방향 장벽  $\Delta G_a-\chi A=0.65$ 로 하강. 역방향  $\Delta G_a+(1-\chi)A=1.15$ 로 상승(점선=(a)).  $\chi \cdot (1-\chi)$  분할이 detailed balance(식 (1.60))를 강제하고, 유효 장벽은  $\Delta H_a^{\text{eff}}=\Delta H_a-\chi_d \Omega$ 다. 이 그림이 logistic(식 (1.69))과  $L_q$ 의 공통 출발점이다.

| 본문(식 (1.59), (1.60))                      | Bazant[3] 대응량                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 분율 위치 $\chi / (1-\chi)$                   | 전하전달 대칭인자 $\alpha_c=\alpha / \alpha_a=1-\alpha$ (식[27])                       |
| 구동력 $A_j = sF(V_n - U_j)$                 | 전기화학 과전위 $ne\eta = \Delta\mu, \eta=\Delta\phi-\Delta\phi^{\text{eq}}$ (식[26]) |
| 공통 인자 $k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$            | 교환 전류 $I_0/ne$ — 활동도·전이상태 구조 포함 (식[29])                                       |
| 평형비 $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$ (식 (1.60)) | $\eta=0$ 에서 알짜 전류 0 (식[27])                                                   |

등치의 핵은 지수 인자다 —  $n=1$ 에서  $F=N_A e, R=N_A k_B$  이므로

$$\frac{A_j}{RT} = \frac{sF(V_n - U_j)}{RT} = \frac{e[s(V_n - U_j)]}{k_B T} \longleftrightarrow \frac{ne\eta}{k_B T}, \quad \eta \leftrightarrow s(V_n - U_j), \quad (1.67)$$

곧 우리 부호 구동전압  $s(V_n - U_j)$ 가 원 논문 과전위  $\eta$ 에 대응한다(이  $\eta$ 는 원 논문 기호 — §1.7의 겉보기-중심 국소 과전위  $\eta$ 와 별개다). 방법 요지 — Bazant는 알짜 속도를 전이상태 excess 화학퍼텐셜 기준 반응물·생성물 화학퍼텐셜의 지수차(식[7])로 적고, 구동력을  $\eta = \Delta\mu/ne$ (식[26])로 특수화한 뒤 장벽을  $\alpha$ 로 비대칭 분할해 일반화 Butler-Volmer(식[27])를 얻는다. 가정 차 — 원 논문의 교환전류  $I_0$ (식[29])는 농축용액 활동도계수와 전이상태 활동도계수  $\gamma_{\ddagger}$ 를 실어 전치 인자가 조성 의존이나, 식 (1.59)는 이를 조성무관 상수  $k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$ 로 흡수하고(이상 교환속도) 조성 의존을 전부 구동력  $A_j$ 와 logistic로만 받는다.

### 1.5.2 폭 $w_j$ — 이상 극한 일반화 그 이중지위

폭 척도의 정의와 다중도 일반화. 앞 소절 bare logistic(식 (1.61))의 중심 기울기  $d\xi_{\text{eq}}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$ 가 폭 척도  $RT/F$ 를 정의한다. 폭 다중도  $n_j$ 로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.68)$$

폭이 직접 주어지면(대신  $w$  값 자체가 입력되면)  $n_j = w_j F/(RT)$ 로 역산해 같은 식에 넣는다. 다중도를 온도 상수가 아니라 온도 함수  $n_j(T)$ 로 두면 폭  $w_j = n_j(T)RT/F$ 가 열적 스케일 위에 잔여  $T$ -의존을 없으며, 그  $\partial w_j/\partial T = (R/F)(n_j(T) + T dn_j/dT)$ 가 가역 발열 config 항에 자기정



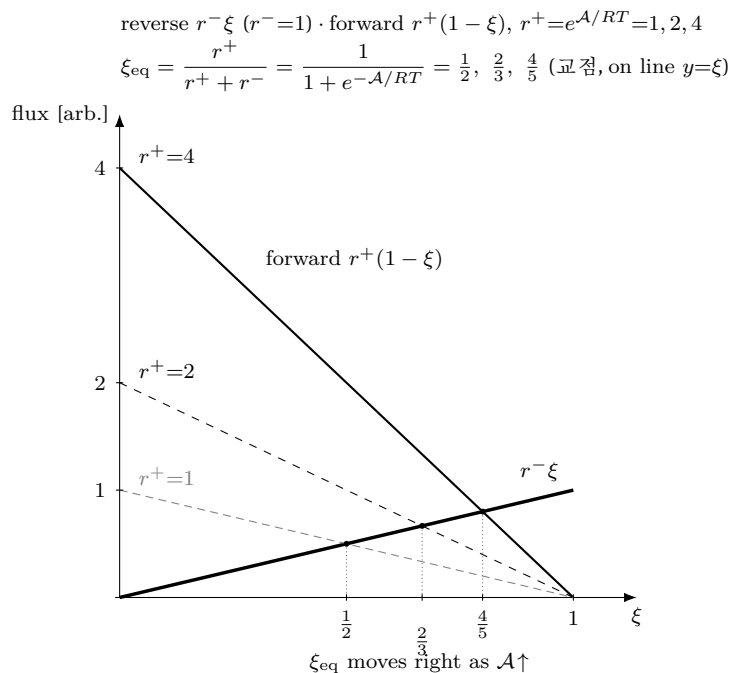


Figure 12: 정지점 유도 — 정·역 플럭스의 교점(식 (1.61); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). 정 방향  $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향  $r^-\xi$ (공통 증가 직선,  $r^-=1$ )의 교점이 정지점  $\xi_{\text{eq}}$ . affinity 를  $A/RT = 0, \ln 2, 2\ln 2$  로 올리면  $r^+/r^- = e^{A/RT} = 1, 2, 4$  라 교점이  $\xi_{\text{eq}} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow \frac{4}{5}$  로 이동한다 (모두  $y=\xi$  선 위) — 곧  $\xi_{\text{eq}} = r^+/(r^+ + r^-) = 1/(1 + e^{-A/RT})$  로, detailed balance (식 (1.60))가  $\chi$  와 무관하게 평형을 정한다.

합 전과된다(Part T 겹침 가중 파생 A(§1.15.1)에서 유도, 발열 종합식(§1.18)이 받음; 상수  $n_j$  는  $dn_j/dT=0$  특수형). 폭을  $n_j$ (선택적으로  $n_j(T)$ )로 피팅할지는 데이터가 정한다. 폭은 항상 이 한 식을 쓴다(상호작용에 따라 폭을 인위로 좁히는 별도 항은 두지 않는다 — 그 까닭은 바로 아래 이중지위와 §1.7 가 설명한다).

**박스 — 폭 다중도·방향 부호 일반화.** 폭 척도  $w_j = n_j RT/F$  로 묶고 방향 부호  $\sigma_d$  와 분기 중심  $U_j^d$ (§1.4)로 식 (1.61) 를 일반화하면 — 충전의 진행률은 같은 분포의 여집합 좌표  $\theta = 1 - \xi$  라  $s \rightarrow \sigma_d$  치환은 여집합 교환과 동치다(§1.5.3; 전극-중립 일반화는 Chapter 2 §2.1.2) —

$$\xi_{\text{eq},j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]} \quad (1.69)$$

방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 식 (1.69) 의  $z = \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$  이며, 오버플로를 피하기 위해  $z \geq 0/z < 0$  두 등가 형태로 나눠 평가한다(수학적으로 동일)<sup>3</sup>. 여기서 평가 전위는 §1.1.3 의 내부 전위  $V_n$  이다. 중심  $U_j^d$  는 식 (1.58) 의 분기 중심(분기 있으면 분기 중심, 없으면  $U_j$ )이다.

**부호 검산. 부호.** 방전  $\sigma_d = +1$ :  $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$  — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 충전  $\sigma_d = -1$ :  $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \downarrow$ . 극한 —  $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \rightarrow 1$ (방전),  $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$ ,  $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$  (전이 중심).  $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$ .

**폭  $w_j$  의 이중지위 — 같은 식, 다른 지위.** 식 (1.68) 의 값은 한 줄이지만, 그것이 무엇을 뜻하는지는

<sup>3</sup>여기 무차원 logistic 인자  $z$  는 이 절 국소 표기이며, §1.2.4 의 배위수(coordination number)  $z$  나 화학종의 전하수(charge number)  $z$  와는 무관하다.



전이의 상분리 여부로 갈린다. 단상( $\Omega_j \leq 2RT$ , 연속 고용체)에서는  $w_j = n_j RT/F$  가 등온선 폭에 대한 검증 가능한 평형 예측이다 — 평형 단일 입자  $dQ/dV$  가 logistic 미분 중 (§1.6 에서 유도) 이고, 그 폭이 곧  $n_j RT/F$  라( $n_j \approx 1$  이면  $RT/F \approx 25.7$  mV), 측정 폭으로 직접 검증된다. 엄밀히 이 닫힌 폭은 이상 극한( $\Omega_j = 0$ ) 기준이고,  $0 < \Omega_j < 2RT$  에서는 평형 등온선의 중심 기울기가  $(1 - \Omega_j/2RT)$  배 좁아진 유효 폭을 주되 그 값 역시 평형이 결정하므로 첫째 지위(평형 예측)라는 성격은 변하지 않는다(단상 등온선의 해석적 성질 서술이다 — 모델 폭 항은 여전히 식 (1.68) 하나이고, 두-상 폭을 이 인자로 좁히는 유효-폭 축소식을 쓰지 않는다는 Part T 파생 C (§1.15.4) warnbox 의 금지와 무모순·동일 취지). 두-상( $\Omega_j > 2RT$ , 상분리 plateau)에서는 평형이 예측하는 것이 폭이 아니라 날카로운 선(델타)이므로, 같은  $w_j$  가 더는 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다 (§1.7). 어느 지위인지는 인위적 구분이 아니라 그 전이의  $\Omega_j$  값이 가르며, 같은 식 (1.68) 가 두 경우 모두에 쓰인다.

이 지위 구분의 흑연 staging 적용은 이렇다. 표 2 의 네 전이는 초기값  $\Omega_j$  가 모두  $2RT (\approx 4958$  J/mol @298.15 K) 보다 커 출발점에선 전부 둘째(두-상) 쪽에 놓이지만, 이  $\Omega_j$  는 거친 초기 추정이라 피팅으로 override 되며, 피팅 후 어느 전이가 어느 지위인지는 그 전이의  $\Omega_j$  값이 가르다 — 어느 전이가 연속 고용체이고 어느 둘만 두-상 plateau 인가라는 전이별 분류의 물리 근거는 §1.7.1 가 세우므로, 이 소절에서 전이 실명을 되풀이하지 않는다. 폭 쪽으로는, 네 전이의 폭 출발값(0.020/0.016/0.014/0.012 V)도 위  $\Omega_j$  와 같은 자격 — 피팅이 override 하는 거친 초기값 — 이고( $w$  폴백 —  $n_j$  입력을 배제해야 활성화되며 현재 출발은  $n_j=1$ : §1.7 ②), 단상의  $w$  는 평형이 정하고 두-상의  $w$  는 피팅이 정한다. 두-상 델타가 실측 중으로 퍼지는 세 출처도 §1.7 이 닫는다 — 이 소절은 폭의 지위만 세운다.

그림 13 가  $\xi_{eq}$  와 그 미분(평형 중)을 함께 보이며, §1.6(N6) 이 이 종이 평형 peak 임을 닫는다.

**폭과 형상 지수의 분업(v1.0.25 — opt-in).** 위 이중지위는 폭 항이 식 (1.68) 하나라는 전제 위에서 있고, 그 전제는 v1.0.25 에서도 불변이다. 다만 §1.6 가 선택 확장으로 두는 형상 지수  $\alpha_j$  (식 (1.77)) 는 폭식을 건드리지 않고 종의 좌우 비대칭을 담당한다 — 곧 비대칭은 폭 항의 변형이 아니라 진행률 좌표의 재모수화  $\xi_{eq} \rightarrow [\xi_{eq}]^{\alpha_j}$  에서 온다. 단  $\alpha_j$  는 비대칭만 바꾸지 않고 정점 위치·반높이 폭까지 함께 옮기므로(식 (1.78)),  $\alpha_j$  와  $n_j$ (곧  $w_j$ )를 같은 곡선에서 동시에 자유화하면 축퇴한다 — 식별 가드는 §1.20 다.  $\alpha_j = 1$ (기본)에서 이 소절의 모든 서술은 문자 그대로 성립한다.

### 1.5.3 같은 결과의 분포 관점 — $\xi_{eq}$ 는 평형 점유 분포의 여집합

앞에서  $\xi_{eq}$  는 두 경로로 나왔다 — (i) kinetic: 속도식 정지점에서 detailed balance (1.60)(식 (1.61)), (ii) thermo: 자유에너지 최소화  $g'_j(\xi) = sF(V_{eq} - U)$ (식 (1.52)). 이 둘은 사실 하나의 분포의 두 측면이다. 이 소절은 결과식·부호·모델은 그대로 두고  $\xi_{eq}$  의 통계역학적 정체만 밝혀, Chapter 2 §2.5 의 LCO 전자 엔트로피와 같은 언어로 두 곳을 묶는다.

**(a)(b) — Part 0 회수.** 단일 자리 분포는 Part 0 이 이미 닫았다 — grand-canonical 분배함수  $\Xi_1 = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}$ (식 (1.16), 내부 자유도  $q(T)$  흡수형)와 평균 점유  $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+\beta\Delta\mu})$ (식 (1.19),  $\Delta\mu \equiv \tilde{\varepsilon} - \mu_{Li}$ )를 받는다. **(c) 같은 식 — logistic 과의 일치.** 전기화학 구동력이 자리 점유 비용을 정한다 — 전이 중심 기준(자리 자유에너지의 몰 환산  $N_A \tilde{\varepsilon} = \mu^0$ )과 식 (1.47) 의  $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$  를 정의에 넣으면 1몰 기준으로  $\Delta\mu = +sF(V - U_j)$ , 곧 지수는 몰당 형태로  $\Delta\mu/(RT) = +s(V - U_j)/w_j$ ( $w_j \equiv RT/F$ , 이상 극한)다( $\beta$  의 자리당  $k_B T$  가 몰당  $RT$  로, 자리당 전하  $e$  가 몰당  $F$  로 한꺼번에 환산 — 비는 불변). 따라서 식 (1.19) 은  $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+s(V - U_j)/w_j}) = \theta_{eq}$  —  $V$  를 올리면 점유가 내려가는(탈리튬화) 자리 점유 그 자체이고, 본론의 진행률은 그 여집합

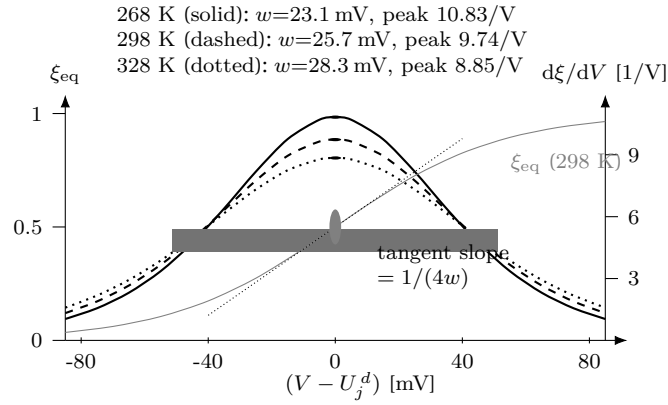


Figure 13: 평형 진행률  $\xi_{eq}$  와 그 미분 — 폭  $w_j = n_j RT/F$  ( $n_j=1$ )의 온도 의존(좌표는 식 그대로의 수치 평가). 오른쪽 종(bell)이  $d\xi_{eq}/dV = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (식 (1.75))로 세 온도  $T=268/298/328$  K에서 폭  $w=23.1/25.7/28.3$  mV, 정점  $1/(4w)=10.83/9.74/8.85$  /V (검은 점)를 갖는다 — 온도가 오르면 종이 낮고 넓어진다(면적 보존). 왼쪽 회색 S-곡선이 대응 logistic(식 (1.69), 298 K)이고, 중심 접선의 기울기가 정확히  $1/(4w)$  라  $w$ 의 기하적 의미를 준다.  $FWHM = 2\ln(3+2\sqrt{2})w = 3.53w = 90.5$  mV (298 K). 종은 방향 불변(양수)이다.

$\xi_{eq} = 1 - \langle n \rangle = 1/(1 + e^{-(V-U_j)/w_j})$ 로 식 (1.61)·(1.69)와 일치한다(Part T의 식 (1.108)과 부호까지 동일). 곧  $\xi_{eq}$ 는 격자기체 평형 점유 확률 분포의 여집합이며, 점유  $\theta_{eq}$ 와 진행률  $\xi_{eq}$ 를 가르는 한 번의 부호 차이는 방향 부호가 아니라 같은 분포를 읽는 두 좌표(여집합 교환  $\xi = 1 - \theta$ )의 차이이다.

(d) 두 경로의 통합. kinetic(정·역 플럭스 균형 점유, 식 (1.60))·thermo 두 경로 모두 같은 *grand-canonical* 평형 점유 분포(식 (1.19))에 도달한다.  $\Omega = 0$ (이상 격자기체)이면 분포가 정확히 Fermi-함수형이고,  $\Omega > 0$ 이면 평균장 자리 비용  $\Delta\mu$ 에  $-\Omega(1-2\xi)$ 가 더해져(식 (1.29)) 자기무모순 분포가 된다 — 그 비단조성이 §1.4의 히스이고, 그 분포가 접히는 점(자유에너지  $g$ 의 변곡, spinodal)이 식 (1.51)이다. 곧 “점유 분포” 한 언어가 평형 중심·폭·히스·logistic을 한 줄에 켜다.

핵심. 분포 다리.  $\xi_{eq}$ 가 평형 점유 확률 분포(식 (1.19))라는 것이 Chapter 2 §2.5의 LCO 전자 엔트로피(전도 전자 *Fermi-Dirac* 분포  $f(E) = 1/(1 + e^{\beta(E-E_F)})$ )와 동형이다 — 흑연의 리튬 자리 점유와 LCO의 전자 준위 점유가 같은 통계로 닫혀, 이 다리가 LCO 전자 엔트로피 절을 흑연 *forward*를 안으로 편입시킨다.

#### 1.5.4 stage-2L의 엔트로피 온도 분리 — 판정자 $d\mu/d\theta|_{1/2} = 4RT - 2\Omega$ 와 그 온도 서명

앞 소절(§1.5)이 폭  $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.68))의 이중지위 — 단상( $\Omega_j \leq 2RT$ )에서는 평형 예측, 두-상( $\Omega_j > 2RT$ )에서는 broadening이 정하는 현상학적 폭 — 를 세웠고, 그 지위를 가르는 것이 전이별  $\Omega_j$ 임을 밝혔다. 이 소절은 그 위에 둘을 얹는다: (i) 어떤 전이가 두-상이고 어떤 것이 고용체인지의 판정자(전이별 분류를 확정하는 도구가 아니라 그 판정 기준 — 확정은 §1.7.1 소관)를 정칙용액 화학퍼텐셜에서 닫고, (ii) 흑연 staging의 가운데 쌍( $3 \rightarrow 2L$ ,  $2L \rightarrow 2$ )이 실은 엔트로피 안정화 중간상(stage-2L)을 사이에 둔 분리쌍임을 온도 서명으로 보인다. 새 물리는 없다 — 식 (1.50)·(1.51)·(1.49)의 흑연 골격을 읽을 뿐이다. 경계(가드) — 본 소절은 전이별 두-상/고용체 분류를 새로 확정하지 않는다: 그 분류는 §1.7.1의 실측-plateau 기준을 그대로 따르며(아래 검산 참조), 여기서 더하는 것은 판정자(분류의 판정식)와 stage-2L 온도 분리(가운데 쌍의  $\Delta S$  차 서명)

뿐이다. 역사적 명칭 가드 — stage 번호(1 · 2 · 2L · 3 · 4)는 Dahn 상도표[1]의 구조상 명명이며, “ver.N”(문건 이력)·“Chapter N”(문서 구조)과 무관하다.

(a) 판정자 —  $d\mu/d\theta|_{1/2} = 4RT - 2\Omega$ . 어떤 전이가 두-상 plateau 로 갈 수 있는지 연속 고용체로 남는지를 가르는 기준은 정칙용액 자유에너지 식 (1.30)의 화학퍼텐셜 부호가 준다(이 기준이 전이별 분류를 혼자 확정하지는 않고 §1.7.1의 실측 plateau와 맞물리는 방식은 아래 검산에서 단는다). 전이 창 안 자리 점유  $\theta$ (리튬화 진행)에 대한 자리 화학퍼텐셜은 평균장 정칙용액에서

$$\mu(\theta) = \mu^\circ + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega(1-2\theta) \quad (1.70)$$

이고( $\mu = \partial g / \partial \theta$ 를  $\theta$ -좌표로 적은 것), 이를 한 번 더 미분하면 — 로그 항은  $d/d\theta \ln[\theta/(1-\theta)] = 1/\theta + 1/(1-\theta) = 1/[\theta(1-\theta)]$ , 상호작용 항은  $d/d\theta \Omega(1-2\theta) = -2\Omega$  — 등온선의 국소 강성이 나온다:

$$\frac{d\mu}{d\theta} = \frac{RT}{\theta(1-\theta)} - 2\Omega \implies \frac{d\mu}{d\theta}|_{\theta=1/2} = \frac{RT}{1/4} - 2\Omega = 4RT - 2\Omega. \quad (1.71)$$

이는 흑연 곡률식 (1.50)( $\partial^2 g / \partial \xi^2$ )를 대칭점에서 읽은 것과 같은 대수다( $\theta=1-\xi$  대칭에서  $\theta=1/2 \leftrightarrow \xi=1/2$ ). 판정 기준은 이 한 부호다:  $\Omega > 2RT$ 면  $d\mu/d\theta|_{1/2} < 0$ 라 등온선이 비단조(back-bending)이고 spinodal gap(식 (1.51))이 열려 miscibility gap·두-상 공존(평형 등온선이 near-delta)이며,  $\Omega < 2RT$ 면 등온선이 단조라 gap이 없어 연속 고용체(유한 폭 중)다.  $2RT \approx 4958 \text{ J/mol@298.15 K}$ 가 문턱이다(식 (1.51)와 동일). 곧 §1.5 이중지위의 두 갈래는 임의 분류가 아니라 이 한 부등호  $\Omega_j \leq 2RT$ 의 결과다(다만 이 부등호가 실재 전이를 두-상/고용체로 확정하는 것은 아님은 바로 아래 검산에서 §1.7.1과 맞춘다).

단일상 쪽  $w_{\text{eff}}$ 가 재는 것 — 높이는 정확, 폭은 아니다(v1.0.25 정정). 단일상( $\Omega < 2RT$ ) 등온선의 국소 강성에서 나오는 척도

$$w_{\text{eff}} \equiv \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega}{2RT}\right) = \frac{RT}{F} \lambda, \quad \lambda \equiv 1 - \frac{\Omega}{2RT} > 0 \quad (\Leftrightarrow \Omega < 2RT),$$

는 판정자 (1.71)의  $\theta=1/2$  강성에 반비례하며, 이때 중심 높이는  $(dQ/dV)|_{\theta=1/2} = QF/(4RT - 2\Omega) = Q/(4w_{\text{eff}})$ 로 정확하다(모든  $\lambda$ 에서 항등 — 수치 확인). 그러나 이  $w_{\text{eff}}$ 를 반높이 폭으로 읽어서는 안 된다. 반높이 조건  $\theta(1-\theta) = 1/[4(1+\lambda)]$ 를 풀면  $\theta = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}x$ ,  $x \equiv \sqrt{\lambda/(1+\lambda)}$  이고, 등온선  $V(\theta)$ 에 넣으면 반높이 폭이 닫힌 형태로 나온다:

$$\text{FWHM} = \frac{4RT}{F} \operatorname{artanh} x - \frac{2\Omega}{F} x \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} \frac{16}{3} \frac{RT}{F} \lambda^{3/2} \quad \left(x = \sqrt{\frac{\lambda}{1+\lambda}}\right). \quad (1.72)$$

곧 폭은  $\lambda$ 가 아니라  $\lambda^{3/2}$ 로 닫힌다 — 까닭은  $u \equiv \theta - \frac{1}{2}$  전개  $V(\theta) - U^\circ = -\frac{4RT}{F} \lambda u - \frac{16RT}{3F} u^3 + \mathcal{O}(u^5)$ 에서 1차항 계수만  $\lambda$ 에 비례해 소멸하고 3차항(자유에너지 4차항)은  $\lambda$ 와 무관하게 남기 때문이다. 그러므로  $w_{\text{eff}}$ 를 폭으로 읽는 순진한 대입은  $\lambda \rightarrow 0$ 에서 실제 폭을  $\approx 0.66/\sqrt{\lambda}$  배 과대평가한다 —  $\lambda = 10^{-2}$ 에서 약 6.6 배,  $10^{-3}$ 에서 약 21 배,  $5 \times 10^{-4}$ 에서 약 30 배다(수치 확인). 점근식 (1.72) 자체의 정확도도 함께 적어 둔다 — 좌변 닫힌형 대비 과대율이  $\lambda = 0.01$ 에서 0.6%, 0.02에서 1.2%, 0.05에서 3.0%, 0.5에서 27% 이므로,  $\lambda \gtrsim 0.02$ 에서는 점근식이 아니라 좌변 닫힌형을 쓴다. 따라서 이 식은 두-상 극한으로의 연속 보간이 아니다 — 단일상 쪽 중심 높이의 국소 지표일 뿐이고, 판정자가  $\Omega = 2RT$ 를 넘는 순간 평형 등온선은 Maxwell 공존평탄으로 불연속하게 갈아탄다(near-delta). 두-상( $\Omega > 2RT$ )의 유한 폭은 평형이 예측하지 않으며 §1.7의 세 출처·현상학적 피팅이 정한다 — 폭식 (1.68)의 이중지위는 이 지점에서 두 지위로 갈리는 것이고 한 식으로 이어지는 것이 아니다.

**검산.** 검산 — 판정자와 §7 분류의 정합(과대주장 금지). 정칙용액 피팅 진단(*regsol2*)이 표 2 네 전이의  $\Omega_j/RT$  를 [4.06, 2.02, 3.55, 4.07] 로 되돌려 전부 2 를 넘는다. 이는 그 자체로 네 전이를 모두 두-상으로 확정하지 않는다 — §1.7.1 가 이미 밝혔듯 표의 초기  $\Omega_j$  로는 네 전이가 모두 문턱을 넘으므로, 실제 두-상/고용체 지목의 근거는  $\Omega$  문턱이 아니라 실측 *plateau-staging* 상도표 [1, 2] 다. 따라서 본 소절의 판정자 (1.71) 는 분류를 다시 여는 도구가 아니라, §1.7.1 의 분류가 어느 부등호에서 나오는지를 닫는 판정식이며, 최종 두-상 확정은 피팅된  $\Omega_j$  의  $2RT$  초과 + 실측 *plateau* 다. 경계값 2.02(3 → 2L 슬롯)는 문턱 바로 위라 시료·도핑 편차로 재분류될 수 있는 민감 지점으로 남긴다.

**문헌 근거.** 다리 — 단일  $\Omega_j$  는 다중-부분격자 *staging* 질서의 평균장 축약이다. 식 (1.70) 의 한 모수  $\Omega_j$  는 흑연 *staging* 의 서로 다른 두 상호작용 — 면내(*in-plane*) 인력과 층간(*staging*) 질서 — 을 한 진행좌표로 접은 것이다. 제일원리 계산[26] 은 이 다층 질서(*Daumas-Hérolld* 교대충전)가 *stage 1·2* 의 *sharp* 두-상은 강하게 재현하되 *stage 3·4* 영역은 신뢰 밖으로 두는 구조임을 보인다 — 곧 실제 흑연은 단일  $\Omega$  가 아니라 다중-부분격자 *ordering* 이다. 본 소절의 단일 평균장  $\Omega_j$  (정 규용액 이중웰)는 그 다체 구조 중 면내 응축의 *sharpness* 만 유효 문턱으로 포착하고 층간 다층 질서는 담지 못하는 근사이며, 판정자 (1.71) 는 그 근사 안에서만 두-상/고용체의 유효 문턱을 정한다(전이별 면내·층간  $\Omega$  분해는 회사 피팅 단계로 위임, 본 소절은 유효 단일  $\Omega_j$  만 확정).

**(b) stage-2L 은 엔트로피 안정화 상** — 그 온도 서명은  $\Delta(\Delta S)$ . 가운데 두 전이 3 → 2L 와 2L → 2 는 독립한 둘이 아니라, 사이에 긴 *stage-2L*(부분 채운 중간 *stage*)을 각각 진입·이탈하는 분리쌍 이다. *stage-2L* 은 부분 채움의 배열 자유도가  $-T\Delta S$  로 자유에너지를 낮춰 안정화되는 상이라 대략  $\gtrsim 10^\circ\text{C}$  에서 뚜렷하고, 그 아래에서는 안정성을 잃어 쌍이 하나의 3 → 2 처리로 합쳐진다. 두 분리 전이의 반응 엔트로피가 갈리는 것이 관측 서명이다 — 식 (1.49) 의  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$  로, 두 중심의 분리 속도는 엔트로피 차  $\Delta(\Delta S) \equiv \Delta S_{\text{rxn}}^{3 \rightarrow 2L} - \Delta S_{\text{rxn}}^{2L \rightarrow 2}$  가 정한다:

$$\frac{\partial}{\partial T}(U^{3 \rightarrow 2L} - U^{2L \rightarrow 2}) = \frac{\Delta(\Delta S)}{F}, \quad \Delta(\Delta S) \approx 29 \text{ J}/(\text{mol K}) \Rightarrow \frac{29}{96485} \approx 0.30 \text{ mV}/^\circ\text{C}. \quad (1.73)$$

이  $\Delta(\Delta S) \approx 29 \text{ J}/(\text{mol K})$  는 분리쌍 값  $\Delta S_{\text{rxn}}^{3 \rightarrow 2L} \approx +15$ (고V 쪽)·  $\Delta S_{\text{rxn}}^{2L \rightarrow 2} \approx -14$ (저V 쪽)의 차이이며(진입 시 배열 자유도 증가·이탈 시 감소로 부호 반전), 우리 온도 스위프 재현이  $0.271 \text{ mV}/^\circ\text{C}$  로 이 예측의  $\sim 90\%$  를 되돌린다. 이때  $\Delta(\Delta S)$  는 표 2 초기값(3 → 2L: 0, 2L → 2: -5, 차 = 5)이 아니라 그 초기값을 피팅으로 갱신하는 대상이다(표 수치 임의 변경 없이, 분리 서명을 self-test 로 맞춤).

**부호 검산.** 관측 귀결(부호). 분리 속도  $+0.30 \text{ mV}/^\circ\text{C}$  는 온도가 오를수록 두 중심이 벌어짐을 뜻한다. 간격이 폭  $w_j$  를 넘으면  $dQ/dV$  에 두 봉우리가 분해되고, 못 넘으면 한 봉우리로 겹친다 — 따라서 고온( $45^\circ\text{C}$ )에서 *2-peak* 로 분해되고 상온( $25^\circ\text{C}$ )에서 병합돼 보이며, *stage-2L* 자체가 불안정해지는  $\sim 10^\circ\text{C}$  아래에서는 분리쌍이 사라진다. 이 온도 의존 *stage-2L* 은 조작 곡선맞춤이 아니라 독립 실측을 가진다 — 탈리툼 방향 *operando XRD* 가  $43^\circ\text{C}$  에서 *stage-2L* 형성을 뚜렷이,  $0^\circ\text{C}$  에서는 부재로 보고한다[43](우리 재현  $0.271 \text{ mV}/^\circ\text{C}$  와 부호·경향 정합). 흑연 삽입 엔트로피의 부호·스케일이 독립 실측과 맞는 것도 이를 받친다[24].

**(c) 박스** — *stage-2L* 분리쌍의 온도 지도. 위를 한 식으로 닫으면 두 분리 전이의 중심이 온도를



따라 서로 반대로 움직이며 그 간격이  $\Delta(\Delta S)/F$  로 벌어진다:

$$\begin{aligned} U^{3 \rightarrow 2L}(T) &= U_{\text{ref}}^{3 \rightarrow 2L} + \frac{\Delta S_{\text{rxn}}^{3 \rightarrow 2L}}{F} (T - T_{\text{ref}}), \\ U^{2L \rightarrow 2}(T) &= U_{\text{ref}}^{2L \rightarrow 2} + \frac{\Delta S_{\text{rxn}}^{2L \rightarrow 2}}{F} (T - T_{\text{ref}}), \\ |U^{3 \rightarrow 2L} - U^{2L \rightarrow 2}| \text{ 가 FWHM } \approx 3.53 w_j \text{ 를 넘는 } T \text{ 에서만 2-peak 분해 } (\Delta(\Delta S) \approx 29 \text{ J}/(\text{mol K})). \end{aligned} \quad (1.74)$$

이는 식 (1.49) 의  $U_j(T)$  를 분리쌍 두 전이에 각각 적용한 것뿐이며(그림 7 의 기울기 부호 지도와 같은 대수), 새 항이 없다.

**(d) 추가 후보 — XRD 5-feature 세분 시드(선택, 기준 미변경).** 위 판정자·온도 서명은 표 2 의 4-전이 기준을 그대로 쓴다. 그와 별개로, XRD 상도표는 리튬화 좌표를 따라 최대 다섯 개의 staging 특징 (dilute  $1' \rightarrow 4$ ,  $4 \rightarrow 3$ ,  $3 \rightarrow 2L$ ,  $2L \rightarrow 2$ ,  $2 \rightarrow 1$ ) 까지 분해한다[1]. 이 세분을 원하는 경우를 위해 선택적 5-feature 시드 (§1.10.1 4-전이 기준과 병존)를 두되, 다음을 명시한다: (i) 이는 기존 4-전이 기준을 대체하지 않는 추가 시드이고(기본 경로 bit-exact 보존), (ii) 이 시드가 세분하는 것은 staging 특징의 개수·위치(XRD 구조 해상도)뿐이며 전이별 두-상/고용체 상 성격은 배정하지 않는다 — 어느 특징이 두-상이고 어느 것이 고용체인지의 확정은 세분 전과 똑같이 §1.7.1(실측 plateau) + 피팅된  $\Omega_j$  소관이며(위 경계 가드·검산과 같은 규정), 본 시드가 그 분류를 다시 여는 것이 아니며, (iii) 명칭 대응(혼동 금지): 피팅 기준선은 어디까지나 표 2 의 네 행 { $4 \rightarrow 3$ ,  $3 \rightarrow 2L$ ,  $2L \rightarrow 2$ ,  $2 \rightarrow 1$ } (무변경) 이고, 별도 5-feature 시드는 그 네 전이 라벨을 계승하고 고전위 끝에 dilute  $1' \rightarrow 4$  특징 하나만 더 없다는( $5 = 4$  라벨 + 추가 1). 다만 시드의 U-위치는 표의 표시 위치를 그대로 쓰지 않고 XRD 해상도로 재유도된다 — XRD 사다리는 dilute  $\approx 0.210$ ,  $4 \rightarrow 3 \approx 0.170$ ,  $3 \rightarrow 2L \approx 0.132$ ,  $2L \rightarrow 2 \approx 0.116$ ,  $2 \rightarrow 1 \approx 0.085$  V 로, 표 네 행의 표시  $U$  ( $0.210/0.140/0.120/0.085$ ) 와 위치가 다르다(라벨은 계승, 위치는 재유도). 이 더한 dilute 특징은 §1.7.1 이 고용체로 분류·명명한 dilute  $\rightarrow$  stage4 영역이다(표는 이를 별행 없이 고전위 끝에 접어 둔다). 곧 시드의 다섯 라벨(XRD 구조 해상도)을 표의 네 전이 피팅 기준선(무변경)과 혼동해선 안 되며, 시드 U-위치는 그 기준선이 아니라 XRD 사다리다. 6 개 이상의 별개 물리 상(phase)으로 쪼개는 것은 XRD 미지원 curve-fitting 이라 폐기한다(회절 상 없이 봉우리만 있으면  $R^2$  는 오르나 대응 상이 없다). 단 gallery 수(곡선표현의 로지스틱 개수)는 상수와 다르다 — MSMR 문헌[44] 은 흑연을 6-gallery 로 적합하되  $U_0$  가 거의 같은 gallery 쌍(한 물리 peak 을 꼭 다른 두 로지스틱으로)으로 표현한다(gallery  $\neq$  상). 이 고분해능 곡선표현은 새 상을 posit 하지 않으므로 정당하며, 선택 시드(6-gallery,  $\omega_j \cdot U_{0j}$  문헌 anchor)로 병존한다 — 곧 해상도 사다리는 {4-전이 기준(기본)·5-feature XRD·6-gallery MSMR} 이고, 어느 것도 4-전이 피팅 기준선을 바꾸지 않는다(전부 additive opt-in).

**사다리의 v1.0.25 확장과 그 실측 근거 — gallery  $\neq$  상의 재확인.** 사다리에 Si 쪽 최고 해상도 옵션 하나가 더해진다: 7-gallery(전이 중심 anchor 에  $0.433 \cdot 0.456$  V 를 포함, 순수 로지스틱, opt-in). 근거는 프로토콜 의존성이다 — 완화 구간을 포함한 pOCV(p-ocvhold) 프로토콜의 Si  $dQ/dV$  에서는  $0.43\text{--}0.46$  V 에  $c\text{-Li}_{15}\text{Si}_4$  결정화 쌍에 대응하는 두 feature 가 뚜렷이 잡히지만, 완화 없는 pOCV(p-ocv)에서는 나타나지 않는다. 곧 관측되는 feature 개수 자체가 측정 조건의 함수다. 흑연에서도 같은 성질이 확인된다 — 같은 셀·같은 온도의  $dQ/dV$  에서 봉우리 검출 문턱(prominence)을 낮추면 검출 봉우리 수가  $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$  로 갈라지고, 고해상 gallery 로 적합했을 때 나오는 중심  $U$  들은 새 위치가 아니라 기존 세 봉우리 위치( $\approx 105 \cdot 141 \cdot 227$  mV)에  $\Delta U < 12$  mV 의 근축되 쌍으로 붙는다 — 위 MSMR 6-gallery 관용[44](한 물리 peak = 꼭 다른 두 로지스틱)과 정확히 같은 양상이다. 따라서 사다리를 올린다고 상이 늘지 않는다 — 흑연의 XRD staging

전이 수(넷)와 물리 두-상 수(둘:  $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$ )는 어느 해상도에서도 불변이며(상성적 판정은 §1.7.1 소관), 사다리가 바꾸는 것은 곡선 표현의 분해능뿐이다. 같은 이유로 gallery 세분은 skew  $\alpha_j$ (§1.6 식 (1.77))와 서로 대안이며 동시 자유화 시 축퇴한다 (§1.20 식별 가드). 봉우리 수를 상수의 증거로 제시하지 말 것 — 그 증거는 회절이 준다.

**stage-2L 의 실재성 — 실측 근거·반증 가능 예측·상한 규율.** stage-2L 이 곡선맞춤용 여분 상이 아니라 실재 상임은 세 가지가 뒷받침한다. 첫째, 실측 근거. stage-2L 은  $dQ/dV$  를 맞추려 도입한 여분 봉우리가 아니라 Dahn 상도표 [1] 가 회절로 고정한 stage 이고, 탈리툼 방향에서도 온도 의존 stage-2L 이 operando XRD 로 독립 관측된다 [43]. 둘째, 반증 가능 예측. 식 (1.73) 의  $0.30 \text{ mV}/^\circ\text{C}$  분리와  $\sim 10^\circ\text{C}$  병합은 자유 파라미터가 아니라  $\Delta(\Delta S)$  한 값이 정하는 온도 서명이라, 다운도 데이터가 이를 배반하면 가정이 깨진다(재현 0.271 은 정합). 셋째, 상한의 규율. 세분 시드조차 다섯 특징이 XRD 상한이며, 6+ 로의 분할은 폐기한다(위 (d)).

**주의. 적용 한계.** (i) 절대  $\Delta S$  vs 엔트로피 차. 분리를 지는 양은 쌍의 차  $\Delta(\Delta S) \approx 29 \text{ J}/(\text{mol K})$  이지 개별 절대값이 아니다. +15/-14 는 이 차를 내는 한 배치이며 표 2 초기값(0/-5, 차 5)은 관측 분해를 못 내는 거친 출발점이라, 분리 서명은 그 초기값을  $\Delta(\Delta S)$  축으로 갱신하는 피팅 대상이다(표 미편집). (ii) 온도 규모의 등급.  $\sim 10^\circ\text{C}$  병합과  $25/45^\circ\text{C}$  분해 여부는 다운도 데이터 없이는 미검증인 정성·자릿수 예측이다 — 회사 다운도 셀 데이터가 들어와야  $0.30 \text{ mV}/^\circ\text{C}$  와 병합점이 확정된다. [43] 는 부호·경향의 독립 근거이나 본 문건의 정량 0.30 을 그 논문이 직접 보고한 값은 아니다(tier B). (iii) 분류는 §7 소관. 본 소절은 두-상/고용체 분류를 다시 여는 것이 아니라 §1.7.1 의 실측-plateau 분류를 판정식으로 달을 뿐이다 —  $\text{regsol2 } \Omega_j/RT$  진단은 우리 피팅 산출(표 2 의  $\Omega$  열과 같은 tier) 이지 전이별 문헌 anchor 가 아니다. (iv) 5-feature 는 추가 후보. 세분 시드는 선택적 병존 도구이며 기준 4-전이를 대체하지 않고, 전이별 상성격도 배정하지 않는다(그 성격은 §1.7.1+ 피팅된  $\Omega_j$ ). (v) 상온 단일 곡선 이득이 아니다. stage-2L 세분을 상온 단일 등온선에 더하면  $R^2$  는 오히려  $-0.44\%p$  하락한다( $25^\circ\text{C}$  에선 두 peak 가 병합이라 세분이 여분 자유도로 작용). 곧 stage-2L 은 상온 커브 피팅 이득이 아니라 다운도 매트릭스에서만 드러나는 서명이며, 그 지지 근거는  $\Omega > 2RT$  판정 +  $T\text{-split}$  재현( $0.271 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ ) + LCO 다-feature +  $1.90\%p$  이지 상온  $R^2$  가 아니다 — 상온  $R^2$  로 stage-2L 을 정당화하지 않는다.

**핵심. stage-2L 다리.** 판정자 (1.71)( $d\mu/d\theta|_{1/2} = 4RT - 2\Omega$ ) 가 §1.5 이중지위의 두 갈래를 한 부등호로 닫되, 전이별 두-상/고용체 확정은 §1.7.1 + 피팅된  $\Omega_j$  소관이다(판정자는 분류를 다시 열지 않음). 가운데 분리쌍은 엔트로피 안정화 stage-2L 을 사이에 둔 한 쌍이며, 그 존재의 서명이  $\Delta(\Delta S) \approx 29 \text{ J}/(\text{mol K}) \Rightarrow 0.30 \text{ mV}/^\circ\text{C}$  온도 분리(식 (1.74), 재현 0.271; operando XRD 부호 정합 [43])라는 반증 가능한 예측이다. 5-feature 세분은 tab:staging 4-전이 기준을 라벨 그대로 보존하고 고전위 끝 dilute  $1' \rightarrow 4$  하나만 더 없는( $5 = 4 + 1$ ) 추가 후보(선택 시드, 상성격은 §1.7.1 소관)다. 별개 물리 상 6+ 는 XRD 미지원으로 폐기하나, gallery ≠ 상이라 6-gallery MSMR 곡선표현(선택 병존)은 정당 — 해상도 사다리 {4-전이(기본)·5-feature·6-gallery}는 전부 additive 이고 4-전이 피팅 기준선을 바꾸지 않는다.

## 1.6 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선

평형 진행률에서 곧바로 얻어지는 것이 평형 peak 모양  $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$  이다. 이것이 전류가 없을 때( $|I| \rightarrow 0$ )의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 곡선이 이 종으로 직접 환원되는 항이다.



(a) 출발 — 전하 보존식. 관측  $dQ/dV$  는 전하 보존식  $Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$  를 계적  $q$  로 미분해 닫힌다 — 양변을  $q$  로 미분하면  $Q_{\text{cell}} = C_{\text{bg}} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$  이고,  $dV_n/dq$  로 나누면  $dQ/dV_n = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$  이다. (b) 연산 — **logistic** 미분의 종 항등식. 평형 추종이면  $d\xi_j/dV_n$  에 평형 기울기가 들어가고,  $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$  로  $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$  를 미분하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq}}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{\text{eq}}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{\text{eq}}} = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) \quad (1.75)$$

—  $\xi(1 - \xi)$  는  $\xi = \frac{1}{2}$  에서 최대  $\frac{1}{4}$  인 종이다. (c) 중간식 — 연쇄율. 연쇄율  $dz/dV = \sigma_d/w_j$  를 곱하면  $d\xi_{\text{eq},j}/dV = \sigma_d \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$ . (d) 박스. 이를 보존식 미분에 넣으면 전이  $j$  의 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \implies \left( \frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} = Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right|. \quad (1.76)$$

이 값이 전이별로 합산되어 배경과 함께  $|I| \rightarrow 0$  극한을 이룬다 — 단  $\gamma_j \neq 0$  이면 이 극한은 분기 중심  $U_j^d$  에 남는 히스테리시스 잔존 극한이고, 분기 없는 가역 기준선( $U_j$  중심)과는  $\gamma_j \rightarrow 0$  에서만 일치한다(히스테리시스는 열역학적 — §1.4). 부호 —  $\sigma_d$  가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값  $|d\xi/dV| = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$  로 양수이고 방향 불변이다( $\xi(1 - \xi) \geq 0$ ). 세 양 — 위치 = 중심  $U_j^d$ , 순높이 =  $Q_j/(4w_j)(\xi = \frac{1}{2} \text{ 에서 } \xi(1 - \xi) = \frac{1}{4})$ , 배경 차감 면적 =  $Q_j (\int_0^1 d\xi = 1)$ , 식 (1.75) 의 종  $d\xi_{\text{eq}}$  의 치환적분이라 면적 1) — 가 이 한 식에서 읽힌다.

선택 확장 — **skew-logistic** 비대칭 종(opt-in). 식 (1.76) 의 종은  $\xi_{\text{eq}} \leftrightarrow 1 - \xi_{\text{eq}}$  교환에 대해 대칭이라 그 자체로는 좌우 비대칭을 담지 못한다. 진행률 좌표를 식 (1.69) 의 logistic 을 밑으로 하는 거듭제곱  $\xi_{\text{eq},j}^{(\alpha)} \equiv [\xi_{\text{eq},j}]^{\alpha_j}$  ( $\alpha_j > 0$ )로 재모수화하면 — 이 좌표도  $V$  에 대해 여전히 단조  $0 \rightarrow 1$  이다 — 위 (b)(c) 와 똑같은 연쇄율 계산이 비대칭 종을 준다:

$$\left( \frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} = Q_j \frac{\alpha_j}{w_j} [\xi_{\text{eq},j}]^{\alpha_j} (1 - \xi_{\text{eq},j}), \quad \xi_{\text{eq},j}^{(\alpha)} = [\xi_{\text{eq},j}]^{\alpha_j}. \quad (1.77)$$

$\alpha_j = 1$  이면  $[\xi_{\text{eq}}]^1(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$  로 식 (1.76) 를 정확히 회수한다(구현도 이 경로가 부동소수점까지 동일 — 부록 B). 위 세 양은 이렇게 일반화된다. 면적은  $\int_0^1 d\xi_{\text{eq}}^{(\alpha)} = 1$  이라  $\alpha_j$  에 무관하게  $Q_j$  로 보존된다. 그러나 정점은  $\xi_{\text{eq},j} = \alpha_j/(\alpha_j + 1)$  에서 걸리므로, 그 위치와 높이가 함께 옮겨간다:

$$V_j^* - U_j^d = \sigma_d w_j \ln \alpha_j, \quad \left( \frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} \Big|_{V_j^*} = \frac{Q_j}{w_j} \left( \frac{\alpha_j}{\alpha_j + 1} \right)^{\alpha_j + 1} \quad (1.78)$$

( $\alpha_j = 1$  에서 각각 0 과  $Q_j/(4w_j)$  — 위 세 양과 일치; 수치 확인). 곧  $\alpha_j \neq 1$  에서는 정점이 더는 전이 중심이 아니다 — 중심  $U_j^d$  의 정의(식 (1.69) 의 logistic 중심,  $\xi_{\text{eq}} = \frac{1}{2}$ )는 불변이지만 정점에서 직접 읽어낼 수 없다( $w_j \approx 25.7$  mV 에서  $\alpha_j = 2$  면 +17.8 mV 이동). 폭도 함께 변한다 — 반높이 폭은  $\alpha_j = 0.5/1/2/4$  에서 각각 4.45/3.53/3.02/2.74 배  $w_j$  로  $\alpha_j$  와 함께 단조 감소하고 ( $\alpha_j < 1$  은 기준보다 오히려 넓다), 정점 좌우 반폭비는 0.80/1.00/1.18/1.30 이 된다(수치 확인). 그러므로  $\alpha_j$  는 순수한 비대칭 손잡이가 아니라 위치·폭·비대칭이 한데 묶인 손잡이이며, 그 때문에  $w_j$  및  $L_{V,j}$ (§1.8)와 식별 축퇴를 일으킨다 — 가드는 §1.20 가 세운다. 종은  $\alpha_j > 0$  전역에서  $C^\infty$  이고,  $\xi_{\text{eq}}^{(\alpha)}$  가 단조라 §1.8–§1.9 의 인과 꼬리와 전하 보존 반전(식 (1.122))이 그대로 성립한다. 지위 —  $\alpha_j$  는 전류·과전압과 무관한 평형 형상 파라미터(현상학적·tier C)로 새 상(phase)이 아니며, 물리적 동기는 order–disorder 엔트로피 스텝·조성 의존  $\Omega(x)$  류의 조성 비대칭이다. 기본값은

$\alpha_j = 1$ (전이 입력에 없으면 현행과 동일 — opt-in)이고, 바로 아래 배경 상자의 감수율 유도 서식 ( $\text{var}_j = M_j \theta_j (1 - \theta_j)$ 의 독립-자리 분산)은  $\alpha_j = 1$  기준이다.

**배경. 평형 *peak* 은 등온 감수율 — *fluctuation-dissipation* 읽기.** 식 (1.76)의 평형 *peak* 은 곡선맞춤 종이 아니라 전극에 저장된 전하의 등온 입자수 감수율(*isothermal particle-number susceptibility*) 그 자체다. *Part 0* 이 자리 하나에서 *fluctuation-response* 관계  $\text{var}(n) = \theta(1 - \theta)$ (식 (1.20))를, 다클래스에서  $\partial \langle N \rangle / \partial \mu = \beta \text{var}(N)$ (식 (1.41))를 세웠고,  $\langle N \rangle = \sum_j M_j \theta_j$ (식 (1.39))였다. 이 *fluctuation* 을 관측  $dQ/dV$  에 곧장 잇는다. 이상 폭( $w_j = RT/F$ , 곧  $n_j = 1$ )에서 식 (1.76)의 전이 몫은  $Q_j = (F/N_A)M_j$ 와  $\theta(1 - \theta) = \xi(1 - \xi)$ 로

$$\left(\frac{dQ}{dV}\right)_j^{\text{eq}} = \frac{Q_j \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} = \frac{F^2}{N_A RT} M_j \theta_j (1 - \theta_j) = \frac{F^2}{N_A RT} \text{var}_j(N),$$

전 전이를 더하고  $\text{var}(N) = k_B T \partial \langle N \rangle / \partial \mu$ (식 (1.41))와  $k_B/R = 1/N_A$ 를 쓰면

$$\boxed{\left(\frac{dQ}{dV}\right)^{\text{eq}} = \frac{F^2}{N_A RT} \text{var}(N) = e^2 \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu}} \quad (e \equiv F/N_A, \text{ 이상 폭}),$$

곧 평형  $dQ/dV$ 는 저장 전하의 *fluctuation* 스펙트럼이다.  $\mu \leftrightarrow V$  결선(식 (1.36))이 감수율  $\partial \langle N \rangle / \partial \mu$ 를 전위축 응답  $\partial Q / \partial V$ 로 옮긴 것이 이 항등식 — *fluctuation-dissipation* 관계의 전기 화학판이며, 자리당  $e^2$ 과 몰당  $F^2/N_A RT$ 는 같은 환산의 두 표기다( $e$ 는 자리당 전하,  $F = N_A e$ ). 봉우리 하나가 *fluctuation* 하나이고, 곡선 전체가 평형 *fluctuation*의 지문이다 — *Part 0* 이 *fluctuation positivity*  $\partial \langle N \rangle / \partial \mu > 0$ 으로 유일한 근을 보증한 바로 그  $\text{var}(N)$ (식 (1.41))이, 여기서는 *peak* 높이로 관측된다.

**검산.** 검산 — (i) 합규칙(면적=용량).  $\int (dQ/dV)_j^{\text{eq}} dV = Q_j \int_0^1 d\xi = Q_j$ 라 감수율의 전위 적분이 전이 총 전하다 — *fluctuation* 스펙트럼의 합규칙이 곧 이동 가능한 전하량(식 (1.76)면적 읽기와 동일). (ii) 정점.  $\xi = \frac{1}{2}$ 에서  $\text{var}$ 가 최대라 순높이  $Q_j/(4w_j)$  — *fluctuation*이 가장 큰 반충전에 감수율이 최대다. (iii) 폭 이중지위 가드. 이 감수율 항등의 유도 서식( $\text{var}_j = M_j \theta_j (1 - \theta_j)$ )의 독립-자리 분산과  $w_j = RT/F$ 은 이상 격자기체( $\Omega_j = 0$ )에서 정확하다 —  $n_j = 1$ 이어도  $\Omega_j \neq 0$ 이면(본문 기본 상태  $\Omega_j > 2RT$  포함) 이 서식은 근사가 되고, *fluctuation-response* 등식  $\text{var}(N) = k_B T \partial \langle N \rangle / \partial \mu$  자체만 대정준 일반으로 남는다. 두-상 전이의 현상학적 자유 폭( $w_j$ 가 *broadening*을 흡수 — §1.5·§1.7에서는 *peak*이 그 감수율을 폭  $n_j$ 배로 펴고 높이  $1/n_j$ 배로 누른 상이라 문자 그대로의 감수율 크기가 재척도된다(형상 근거는 유지되나 두-상 폭은 평형 예측이 아니다). (iv) 배경 제외. 비전이 배경  $C_{\text{bg}}$ (식 (1.104))는 클래스 밖 저장이라 이 *fluctuation* 항에 들지 않는다(그  $C_{\text{bg}}$ 를 상수로 두는 것 자체가 피팅 창-국소 근사임은 §1.10이 명기한다 — 실측 배경은 창을 넓히면 단조 감쇠한다).

이 식이 쓰이는 조건은 자연 길이가 *peak* 폭에 비해 무시될 만큼 작을 때다 — §1.8(N7)이 그 자연 길이  $L_V$ 를 세우고,  $L_{V,j} \ll w_j$ 면(또는 동역학 입력이 없으면) 식 (1.76)의 평형 종으로 매끈히 환원된다(식 (1.102)의  $L_V \rightarrow 0$ 극한 — 초기 상태 수치로는  $L_{V,j} \sim 10^{-10}$ – $10^{-8}$  V 대  $w_j$ 수십 mV, §1.10). 이것이  $|I| \rightarrow 0$  환원이다. 그 전에, 다음 절(§1.7)이 이 평형 종이 두-상 전이에서 어떻게 실측 종으로 퍼지는지 — 곧 폭  $w_j$ 의 두-상 지위 — 를 모델 안의 양들로 닫는다.

## 1.7 두-상 broadening — 평형 델타의 실측 종 전환과 폭 $w_j$ 의 지위

평형 peak 식 (1.76) 의 폭  $w_j = n_j RT/F$  가 무엇을 예측하는지는 전이마다 다르다 (§1.5 의 이중지위). 이 절은 전이를 둘로 갈라 출발점을 점검하고, 두-상 전이에서 평형의 날카로운 선이 실측의 유한 종이 되는 까닭을 모델 안의 양들로 단는다 — 결론은 두-상 폭  $w_j$  는 평형 예측이 아니라 *broadening* 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 것, 그리고 그 중에서 평형 전위·입자 반경 분포를 역산하지 않는다는 것 (§1.7.3) 이다.

### 1.7.1 전이별 출발 — 애초에 종인 전이와 평형 델타인 전이

흑연 staging 전이는 평형 단일 입자  $dQ/dV$  의 모양부터 둘로 갈린다. 첫째 부류는 연속 고용체 (*solid-solution*) 전이다 — dilute→stage4 영역과  $4L \rightarrow 3L \cdot 3L \rightarrow 2L$  두 전이 (각각 표 2 의  $4 \rightarrow 3 \cdot 3 \rightarrow 2L$  행) 다. 문헌의 L 접미 명명은 면내 질서가 풀린 액체상 stage 를 가리키며 (그림 2 의 stage 2L 과 같은 용법), 표의 정수 행 라벨과 같은 전이를 가리킨다. 이들은 plateau 가 없는 연속 등온선이라 [20], 단일 입자 평형  $dQ/dV$  가 §1.5 의 logistic 미분 종 (식 (1.75)) 으로 이미 폭  $\sim n_j RT/F$  의 종이다 (정규용액 격자기체의 등온선 기술기  $d\xi/dV$ , §1.5.3; Levi-Aurbach[19]) — 폭이 식 (1.68) 의 평형 예측 그 자체라 “왜 종이나” 는 물음이 생기지 않는다. 둘째 부류는 두-상 평탄역 (*plateau*) 전이다 —  $2L \rightarrow 2(LiC_{12})$  와  $2 \rightarrow 1(LiC_6)$  은  $\Omega_j > 2RT$  의 상분리 (§1.4 의 spinodal 문턱) 라 평형 단일 입자가 델타에 가깝다 (Maxwell 공통접선이 plateau 를 한 전위로 모으면  $dq/dV \rightarrow \infty$ ). 다만 이 두-부류 분류를  $\Omega > 2RT$  문턱 자체가 가르치는 것은 아니다 — 표 2 의 초기값  $\Omega_j$  로는 네 전이가 모두 문턱을 넘으므로, 두 전이만 두-상 plateau 로 지목하는 실제 근거는 실측 plateau-staging 상도표의 상평형이다 [1, 2] (§1.5.2 의 지위 구분·Part T 파생 C (§1.15.4) 각주와 같은 한정).

Maxwell 공통접선의 “값” 과 Dreyer 순차전환의 “경로” 는 양립한다. Maxwell 공통접선이 정의하는 것은 그 공통 전위의 값까지이고, 실제  $N$ -입자계가 그 값을 실현하는 경로 (순차 전환) 는 아래 (iii-a) 의 Dreyer 통계역학이 답한다 — 둘은 서로 모순되는 두 그림이 아니라 같은 평탄역의 값과 경로로 양립한다. 곧 “평형은 델타여야 하는데 실측은 중” 이라는 물음은 이 두-상 두 전이에만 해당하고, 나머지는 원래 종이다 — 폭의 지위를 따질 자리도 이 둘뿐이다.

### 1.7.2 둘째 부류 델타의 종 전환 — broadening 의 세 출처

두-상 전이에서 폭을 만드는 것은 (Maxwell 공통접선이 그리는) plateau 내부의 단일 입자 평형이 아니라, 측정 조건과 plateau 양끝, 그리고 전극이 단일 입자가 아니라 입자 앙상블이라는 사실이다. 성격이 다른 세 출처를 구분해 합성하며, 그 결과 (평형 델타가 실측 종으로 펼쳐지는 그림) 를 그림 15 에 둔다.

① 유한율속 비대칭 꼬리 (동역학 몫). 첫째는 본 장이 이미 모델로 담은 출처로, 전류가 커야 생긴다 — 유한 전류면 단일 입자라 하더라도 표면 진행률이 평형 목표를 뒤따르며 과전압  $\eta$  가 진행 중에 변하고, peak 을 한쪽으로 밀며 꼬리를 늘린다. 이것이 바로 §1.8–§1.9 의 동역학 지연 길이  $L_{V,j}$  와 인과 꼬리  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j}$  이며, C-rate 가 오를수록 심해지고  $|I| \rightarrow 0$  에서 소멸한다 ( $L_V \propto |I|$  — §1.8; Fly 등 [21]).

② 내재  $RT/F$  폭 (평형 잔여 몫). 둘째는 plateau 양끝의 단상 (solid-solution) 꼬리가 까는 내재 폭으로, plateau 양끝이 첫째 부류와 같은 연속 등온선이라 그 경계가 무한히 날카롭지 않고 폭  $\sim RT/F$  규모 (수십 mV order) 로 변진 데서 온다 (Levi-Aurbach[19]) — 이 몫은 전류와 무관한

평형 자체의 잔여 폭이라  $|I| \rightarrow 0$  에서도 남는다.  $RT/F \approx 26$  mV 는  $n_j=1$  의 척도일 뿐 하한이 아니다 — plateau 끝 유효 다중도  $n_j$  가 1 미만이면 잔여 폭은 그보다 작아질 수 있고, §1.5 폭 폴백 중 두-상 두 전이의 출발값 0.014 V( $2L \rightarrow 2$ )·0.012 V( $2 \rightarrow 1$ )와 모순되지 않는다. 다만 그 폴백 값 자체는 ② 와 ③ 을 분리하지 않은 유효 폭(그때의  $n_j$  는 유효 다중도)으로 읽는다 — 두 몫의 분리가  $\sigma_\eta$  독립 측정 없이는 비유일하다는 아래 폭 예산의 규정과 같은 이유다. 단 현재 모델의 *staging* 출발값은  $n_j=1$  고정이라 실제 평가 폭은  $RT/F \approx 25.7$  mV 이고 폭 값을 직접 지정하는 경로는 다중도  $n$  입력을 배제해야 활성화된다 —  $n_j < 1$  은 피팅이 내려갈 수 있는 여지이지 현재 출발 상태가 아니다.

③ 집합 다입자 통계역학(양상불 몫) — 구조 무질서 근거는 흑연 두-상( $\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$ )에 한함. 셋째는 앞 두 출처가 한 입자 안에서 일어나는 일이었던 것과 달리, 전극이  $N$  개 입자의 양상불이라는 데서 온다. 이 양상불 몫은 성격이 다른 두 층으로 갈리므로, 평형 층(iii-a)을 먼저 세운 뒤 broadening 층(iii-b)을 그 위에 얹는다 — 둘을 섞으면 “중심이 분포한다”는 잘못된 그림에 이르게 된다. 이 기작은 흑연 두-상(turbostratic 무질서가 있는 흑연의 staging plateau,  $\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$ )에 국한하며, LCO 양극의 세 전이에는 흑연-특정 구조 무질서 근거를 옮기지 않고 일반  $\eta$  분포(iii-b)로만 다룬다. LCO 의 평형  $U_j$  입자 무관성은 흑연 GITT(galvanostatic intermittent titration technique)[23] 의 직접 증거가 아니라 동형 가정이다 — tier C 추정이며(신뢰 등급 범례<sup>4</sup>), LCO 단독 GITT 가 입자 무관 OCP(open circuit potential — 본 장의 OCV 와 같은 반쪽전지 준평형 전위, 문헌 표기 따름)를 확정하면 갱신한다.

(iii-a) 평형 층 — Dreyer 다입자 통계역학이 *plateau* 구조를 만든다. 단일 입자의 비단조(non-monotonic) 자유 에너지(정규용액  $\Omega > 2RT$ ) 아래에서,  $N$  개 입자의 양상불은 동시에 두-상으로 들어가지 않고 공통 전위에서 순차로 한 입자씩 전환한다 — 전위는 공통이고 전환 시점만 순차다(입자별로 전위가 다른 것이 아니다). 이미 전환을 마친 입자와 아직 시작 안 한 입자가 공존하며 셀 전위를 한 값에 묶어 두는 것이 거시적 평탄역이다(삽입 전지 다입자 평형의 표준 그림; Dreyer 등[12, 13]). 단일 입자 등온선이 비단조라 한 입자만 보면 불안정한 점프이지만, 양상불이 순차 전환으로 그 점프를 평탄역으로 퍼 평형  $dQ/dV$  가 한 전위의 델타에 모인다 — 이 층은 broadening 이 아니라 평탄역(델타) 자체의 기원이다.

문헌 근거. 다리 — 이 평탄역과 §4 gap 이 어느 다입자 결과인가. (iii-a) 의 공통 전위 순차 전환과 §4 의 분기 gap(식 (1.55))은 같은 Dreyer 다입자 열역학[12, 13] 의 두 측면이다. 대응은 결과 구조 수준이다(왼쪽 본문 기호, 오른쪽 원 논문 결과):

| 본문                                                            | Dreyer[12, 13] 결과(개념)                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 단일입자 비단조 $V_{\text{eq},j}(\xi)$ (식 (1.52), $\Omega_j > 2RT$ ) | 비단조 단일입자 화학퍼텐셜/등온선                               |
| 과주행 상한 $\xi_{s,j}^\pm$ (식 (1.51))                             | 준안정 가지의 안정성 한계                                   |
| 방전·충전 분기 $\Delta U_j^{\text{hys}}$ (식 (1.55))                 | 영전류에도 남는 충·방전 전위 갈림                              |
| (iii-a) 공통 전위 순차 전환 평탄역                                       | 입자별 순차 전환의 겉보기 평형( <i>apparent equilibrium</i> ) |

방법 요지 — Dreyer 등은 다수 입자가 빠른 리튬 교환으로 하나의 공통 화학퍼텐셜을 공유할 때, 단일입자 비단조 등온선 위에서 입자들이 동시에 두-상으로 가지 않고 순차로 전환해 겉보기 평형 평탄역을 만들며, 방전·충전이 서로 다른 준안정 가지를 타 영전류에서도 갈림이 남음(히스테리시스)을 다입자 열역학으로 보인다. 가정 차 — 원 골격은 입자 간 교환이 충분히 빨라 전 입자가 공통  $\mu$  를 공유하고(평균장·*size-blind*) 단일입자 등온선이 갈림의 유일 원천이나, 본문은 그 위에 겉보기 전위  $U_{\text{app}}=U_j+\eta$  의 양상불 이질성(§1.7 (iii-b) 의  $\eta$  분포, 비-크기 *heterogeneity*)을 별도

<sup>4</sup>신뢰 등급(본서 전역): tier A = 1차 문헌의 정량 확정값, tier B = 대표/부분 스케일 anchor 또는 2차 출처 경유 확인값(1차 원문 직접 확정 아님), tier C = 추정·placeholder(round-trip 피팅으로 갱신 예정). Chapter 2(§2.1.1 각주)·Chapter 3 의 같은 규약과 동일하다.



*broadening* 층으로 없고 평형 중심  $U_j$  는 입자무관 상수로 두며, *gap* 은 우리 *spinodal* 상한 식 (1.55) 으로 달아 원 논문의 실측 갈림과 부호만 대조한다(식 (1.55) 유도의  $\Omega_j > 2RT$  문턱은 본문 고유).

**(iii-b) broadening 층** — 그 평형 델타를 종으로 퍼는 것은 *apparent- $U = U_j + \eta$*  의 앙상블 분포다. 관측되는 peak 전위는 평형 중심이 아니라 겉보기 전위  $U_{app} = U_j + \eta$  (평형 중심  $U_j$  에 과전압·국소 환경 항  $\eta$  가 얹힌 값)이다. 핵심 정정 — 평형 중심  $U_j$  는 입자 무관 상수로 가정하고 (흑연 하프셀 GITT 준평형 OCP 가 staging 전위를 입자 크기·전극 형상과 무관한 상수로 주므로 [23] 마이크론 흑연에서 입자별 평형  $U_j$  의 산포  $\approx 0$  으로 둔다 — 전극 수준 OCP 는 이를 시사할 뿐 단일입자 산포를 직접 분해하진 못한다), 분포하는 것은  $\eta$  다 — 과전압·국소 접촉 저항·국소 환경(결정성·흑연화도·turbostratic 무질서가 유효 장벽·국소  $\eta$  를 입자별로 흘뜨림)에서 오는 비-크기·비-사이즈 heterogeneity 다. 따라서 앙상블 통계 평균의 적분 변수는 평형  $U_j$  가 아니라 *apparent- $U$*   $U_{app}$  이고, 그 밀도  $\rho(U_{app})$  는  $\eta$  분포가 정한다:

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{ens} = \int \rho(U_{app}) \left( \frac{dQ}{dV} \right)_{U_{app}}^{single} dU_{app}, \quad U_{app} = U_j + \eta, \quad U_j = \text{const}, \quad (1.79)$$

곧 단일 입자 응답  $(dQ/dV)_{U_{app}}^{single}$  (평형 델타에 ② 내재 폭이 얹힌 좁은 peak)을 겉보기 중심  $U_{app}$  이  $\eta$  만큼 분포한 앙상블 위로 *forward* 합성한 것이다 — (iii-a) 평형 층 위에 얹힌 *broadening* 층이며,  $\eta$  의 입자간 산포를 평균한다. 식 (1.79) 가 답는 것은 ②(커널 내 내재 폭)  $\otimes$  ③(앙상블  $\eta$  산포)뿐이다 — ①(유한율속의 비대칭 skew)은 대칭 합성곱으로 표현되지 않으므로 별도 동역학 파라미터  $L_V(N7-N8, |I| \rightarrow 0 \text{ 소멸})$ 가 담당하고, 두-상 층 *broadening* 은  $w_j(② \otimes ③) + L_V(①)$  로 묶인다 (①의 전류 묶을  $w_j$  가 다시 흡수하면 이중계산).  $\eta$  산포가 좁아져  $\rho \rightarrow \delta(U_{app} - U_j)$  면 식 (1.79) 는 평형 중심  $U_j$  의 단일 델타로 환원된다(③ 소멸). 엄밀히는  $\eta$  중 순수 동역학 묶은 ①처럼  $|I| \rightarrow 0$  에서 소멸하고, 결정성·turbostratic 무질서 같은 구조성 묶이 평형까지 남으면 그것은 조작적으로 작은  $U_j$  산포와 구별되지 않는다 — 그 잔여 묶까지  $\approx 0(\eta \text{ 지배})$ 에 묻는 것이 위 가정의 보수적 읽기이며, *forward-only* 처방에서 안전하다. 단, 본 장은 식 (1.79) 의 *forward* 통계 평균만 쓴다 — 측정된 층에서  $\rho(U_{app})$  를 역산하지 않는다(그 까닭은 §1.7.3).

**배경. 겉보기 이동의 CLT 종형.** 식 (1.79) 의  $\rho(U_{app})$  가 종인 까닭 —  $\eta$  가 단일 지배 원천에서만 오면  $\rho(\eta)$  는 그 원천 분포 그대로라 종형일 까닭이 없다(비-Gaussian 가능). 그러나 (iii-b) 의 실제 기원(국소 접촉 저항·결정성·흑연화도·turbostratic 무질서·국소 과전압)은 성격이 다른 다수 독립 기여의 합  $\eta = \sum_{k=1}^m \eta_k$  이고, 어느 하나도 충분산을 지배하지 않는다는 *Lindeberg* 조건 아래 중심극한정리(CLT)가

$$\rho(\eta) \xrightarrow{CLT} \mathcal{N}(\bar{\eta}, \sigma_\eta^2), \quad \sigma_\eta^2 = \sum_{k=1}^m \sigma_{\eta_k}^2$$

로 몰아 — 식 (1.80) ③ 항  $\sigma_\eta^2$  의 형상 근거이자 그 분산 가법(현행은 “모양과 무관한 합성곱 항 등식”)의 CLT 재유도를 준다.  $\eta$  는 소인 시간척도에서 입자별로 정적(*quenched*)이라 식 (1.79) 는 *quenched* 앙상블 평균이며(열평형 재배열 *annealed* 이 아님), 다입자 앙상블 평형의 표준 그림 [12, 13] 은 (iii-a) 평탄역까지이고 — 그 골격 밖에 얹히는 (iii-b) 입자간  $\eta$  산포가 여기서 이 종으로 단한다. 한정 — CLT 는 형상을 *forward* 로만 근거지어  $dQ/dV \rightarrow \rho$  역산을 열지 않고 (§1.7.3(ii)), 이 구조 무질서 근거는 흑연 두-상 한정(LCO 는 일반  $\eta$ )이며, 원천은 비-크기  $\eta$  전용(반경 배제 — §1.7.3(i))이고, 내재 폭 ②(logistic)는 Gaussian 이 아니어서 CLT 는 ③ 에만 적용된다(②  $\otimes$  ③ 은 logistic  $\otimes$  Gaussian). 회수 —  $m = 1$ ·한 원천 지배면(Lindeberg 붕괴) 종형 이탈,  $\rho \rightarrow \delta$  면 ③ 소멸로 식 (1.79) 가  $U_j$  단일 델타로 환원.

세 출처의 묶은 한 식으로 정량화된다. ② 와 ③ 은 대칭 합성곱으로 겹치므로 분산(2차 모멘트)



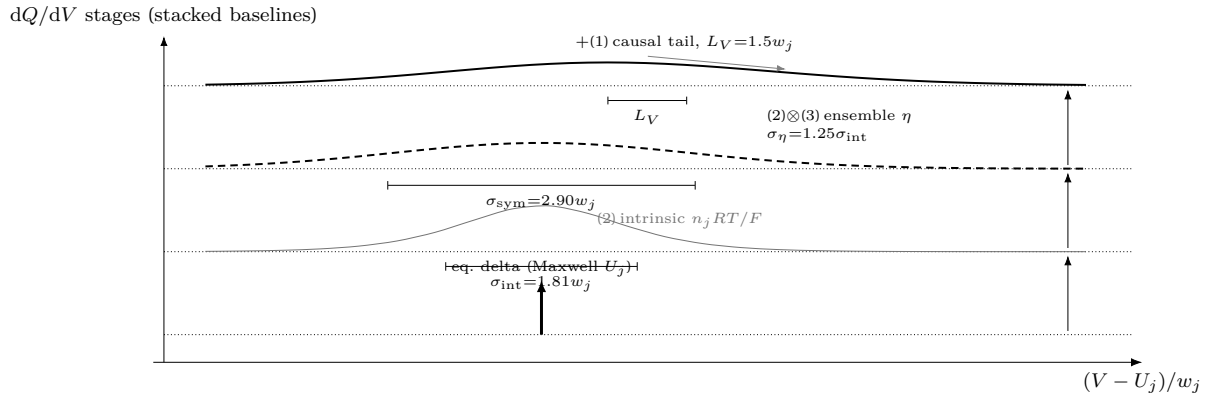


Figure 14: 두-상 broadening 의 폭 예산(식 (1.80)), 네 단계를 공유  $x$  축 위 계단(waterfall)으로 서사화 — 아래에서 위로 쌓아 폭이 실제로 넓어지는 것을 한눈에 비교한다(점선 = 각 단계의 기준선, 오른쪽 여백의 수직 화살표가 단계 전이). 맨 아래 굵은 화살 = 평형 델타(Maxwell 전위). 회색 = ② 내재 logistic 미분 중(폭  $\sigma_{\text{int}} = 1.81w_j$ ). 파선 = ②⊗③ — 실제 수치 합성곱(Gaussian 예시  $\sigma_{\eta} = 1.25\sigma_{\text{int}}$ )으로 얻은 결과이며 분산은 정확히 가법이다 —  $\sigma_{\text{sym}} = \sqrt{\sigma_{\text{int}}^2 + \sigma_{\eta}^2} = 2.90w_j$  의 피타고라스 형태로, 본문 식 (1.80) 과 일치한다. 다만 본문이 쓰는 “같은 함수족이면 유효 scale  $1.6w_j$ ” 지름길로 재현한 logistic 중은 이 실제 합성곱보다 peak 가 약 10% 높다(분산은 정확해도 모양까지 같은 logistic 족은 아님 — 근사의 한계를 명시해 둔다). 굵은 실선 = +① 인과 지수 꼬리( $L_V = 1.5w_j$ , 식 (1.97) 의 인과 기억 적분으로 계산)가 중을 오른쪽으로 밀며, peak 위치가 중심에서 이동한다. 세 척도( $\sigma_{\text{int}} \cdot \sigma_{\text{sym}} \cdot$  꼬리 길이  $L_V$ )는 치수선 길이로 직접 대비된다.

이 정확히 가법이다 — 합성곱의 분산 가법은 분포의 모양과 무관한 항등식이며, ① 의 단측 지수 꼬리도 총분산에는  $L_{V,j}^2$  로 가법된다. 그럼에도 ① 을 별도 축으로 세우는 까닭은 그 몫이 왜도와 평균 이동을 동반하고 전류에 비례해 소멸하여( $L_V \propto |I|$ ) 대칭 폭  $w_j$  와 분리 식별되기 때문이다:

$$\underbrace{\sigma_{\text{sym}}^2}_{\text{대칭 폭(분산)}} = \underbrace{\frac{\pi^2}{3} \left( \frac{n_j RT}{F} \right)^2}_{\text{② 내재(logistic 분산)}} + \underbrace{\sigma_{\eta}^2}_{\text{③ 양상분 } \rho(U_{\text{app}}) \text{ 산포}}, \quad \underbrace{\ell_{\text{tail}}}_{\text{비대칭 꼬리 길이}} = L_{V,j} \propto |I| \quad (1.80)$$

(logistic 미분 중 (1.75) 은 규격화하면 scale  $w_j$  의 logistic 분포 그 자체라 분산이  $\pi^2 w_j^2/3$ , 반높이 전폭(full width at half maximum, FWHM)은  $2 \ln(3 + 2\sqrt{2}) w_j \approx 3.53 w_j$  다 —  $n_j=1$ , 298 K 에서  $\approx 91$  mV). 기호 규약을 명시하면 — 식 (1.80) 의  $\sigma$  는 모두 표준편차(분산의 제곱근)이고, ② 항의 제곱근이 내재 몫의 표준편차  $\sigma_{\text{int}} \equiv \pi n_j RT/(\sqrt{3} F)$  이며, logistic scale(여기서는  $w_j$ )과는  $\sigma = \pi w_j/\sqrt{3}$  으로 환산된다. 성분비로 적으면  $\sigma_{\text{sym}}/\sigma_{\text{int}} = \sqrt{1 + (\sigma_{\eta}/\sigma_{\text{int}})^2}$  이라 같은 비율이 scale 에도 그대로 적용된다. 실측 중에서 조작적으로 분리되는 것도 이 두 축이다: 대칭 폭은 피팅 폭  $w_j$  가 ②⊗③ 을 한꺼번에 흡수하고(두 몫의 분리는  $\sigma_{\eta}$  의 독립 측정 없이는 비유일 — §1.7.3 의 (ii) ill-posed 성질과 같은 뿌리), 비대칭 꼬리는  $L_{V,j}$  가 담당하며  $|I| \rightarrow 0$  에서 소멸해 두 축이 전류 의존성으로도 갈린다. 그림 14 이 이 예산의 세 단계를 같은 축 위에 둔다 — 두-상  $w_j$  가 ②⊗③ 을 흡수하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 §1.5 이중지위의 두-상 축을 떠받치는 물리가 바로 이것이다.

(추가 축) 평형 비대칭  $\alpha_j$  — ① 과 무엇이 다른가(v1.0.25, opt-in). 위 세 출처 가운데 중을 비대칭하게 만드는 것은 ① 뿐이다 — ② 의 내재  $RT/F$  폭과 ③ 의  $\eta$  산포 합성은 좌우 대칭 커널이고, 폭 예산(식 (1.80))의 피타고라스 합성도 그 대칭을 전제로 선다. v1.0.25 는 여기에 선택 확장으로 네 번째 축을 둔다: 평형 중 자체의 비대칭 지수  $\alpha_j$ (식 (1.77)). 이것은 ①②③ 의 번호를 바꾸지 않는 별도 축이며, ① 과의 구분이 그 지위를 정한다. 성격 — ① 의 비대칭 꼬리는 전류가 커야

생겨  $|I| \rightarrow 0$  에서 소멸한다( $L_V \propto |I|$ ).  $\alpha_j$  는 전류·과전압과 무관한 평형 잔여 비대칭이라  $|I| \rightarrow 0$  에서도 남는다 — 곧 ② 와 같은 부류(평형 잔여)이면서 ② 와 달리 좌우를 가른다. 교란 — 둘은 관측 지표까지 겹친다. 그림 14 의 ① 은 종을 오른쪽으로 밀어 정점을 중심에서 이동시키는데,  $\alpha_j > 1$  도 같은 방향으로  $\sigma_d w_j \ln \alpha_j$  만큼 정점을 민다(식 (1.78)). 그러므로 단일 온도·단일 율속 곡선 하나에서  $L_{V,j}$  와  $\alpha_j$  를 동시에 자유화하면 같은 비대칭을 두 번 세는 축퇴가 된다 — 식별 가드는 §1.20 다. 분리 — 두 몫을 가르는 것은 곡선 하나의 모양이 아니라 율속 스위치다: ① 만  $|I|$  에 비례해 자라고  $|I| \rightarrow 0$  에서 사라지며,  $\alpha_j$  가 담은 비대칭은 율속을 낮춰도 그대로 남는다. 이 분리는 다율속 데이터가 있어야 성립하므로, 그것이 없는 상태에서  $\alpha_j$  로 얻은 비대칭을 “평형 비대칭의 측정”으로 읽어서는 안 된다(현상학적·tier C — §1.6).  $\alpha_j = 1$ (기본)에서 이 소절의 세 출처 서술과 폭 예산은 문자 그대로 성립한다.

### 1.7.3 broadening 유도 of the limit

앞 소절은 broadening 의 설명(forward 통계 평균)까지이며, 아래 세 가지는 본 절의 범위에 포함하지 않는다 — 각각 배제의 근거를 함께 둔다.

- (i) 입자 사이즈(반경) 효과 — 보편형을 먼저 두고, 실조건 수치로 배제한다. 크기가 곡선에 들어오는 일반형부터 적는다. 반경 분포(particle size distribution, PSD)  $p(r)$  를 갖는 앙상블의 응답은 단일 입자 응답을 PSD 위로 합성한

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{\text{PSD}} = \int p(r) \left( \frac{dQ}{dV} \right)_{U_j + \Delta U(r), \tau(r)}^{\text{single}} dr \quad (1.81)$$

이고, 반경은 두 채널로만 커널에 들어온다. 첫째는 열역학 채널 — 표면·상경계 에너지가 평형 전위를 옮기는 Gibbs–Thomson 이동

$$\Delta U(r) = \frac{2\gamma V_m}{F r} \quad (1.82)$$

( $\gamma$  = 계면 에너지 [ $\text{J}/\text{m}^2$ ] — 분기 축소 인자  $\gamma_j$ (그림·검산표에서는  $\gamma$  로 약기)와 무관한 별개 기호,  $V_m$  = 삽입상 몰부피)이고, 둘째는 동역학 채널 — 고체 확산 평형화 시간  $\tau(r) = r^2/D$  의 분산이다. 이제 실조건 수치를 대입한다. 열역학 채널: 흑연 호스트 몰부피  $6M_C/\rho_{\text{graphite}} = 6 \times 12.011/2.26 \approx 31.9 \text{ cm}^3/\text{mol}$  ( $\rho_{\text{graphite}} = 2.26 \text{ g}/\text{cm}^3$  는 표준 물성값)에 삽입 팽창( $\sim 10$ – $13\%$ )을 얹으면  $V_m(\text{LiC}_6) \approx 36 \text{ cm}^3/\text{mol} = 3.6 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$  이고(상한 논증이라 큰 쪽을 쓴다), 계면 에너지는  $\gamma \sim 0.1$ – $1 \text{ J}/\text{m}^2$  스케일로 상정한다(수치의 전용 문헌 anchor 는 근거 미발견 — tier C; 상분리 입자 전극의 계면 에너지 논의는 Cogswell–Bazant[27] 참조. 아래는 상한  $\gamma = 1$  을 쓰는 상한 논증이라 결과가  $\gamma$  의 정확값에 둔감하다). 이를 취하면 전형 마이크로 흑연  $r = 1$ – $15 \mu\text{m}$  에서

$$\Delta U(1 \mu\text{m}) \leq \frac{2 \times 1 \times 3.6 \times 10^{-5}}{96485 \times 10^{-6}} \approx 0.75 \text{ mV}, \quad \delta U_{\text{PSD}} = \frac{2\gamma V_m}{F} \left( \frac{1}{r_{\min}} - \frac{1}{r_{\max}} \right) \approx 0.20 \text{ mV}$$

( $r_{\min}/r_{\max} = 3/15 \mu\text{m}$  예시). 폭에 기여하는 것은 이동의 절대값이 아니라 PSD 위 이동의 산포  $\delta U_{\text{PSD}}$  인데, 이는 실측 폭  $w \sim RT/F \approx 25.7 \text{ mV}$  의 1% 미만이고, 이동 절대값 기준으로도 상한  $\gamma$ ·최소  $r$  에서 3% 를 넘지 못한다. tier C 상정의 견고성을 명시하면 —  $\Delta U \propto \gamma$  라 상한을 다시 5 배 과대 상정해도( $\gamma = 5 \text{ J}/\text{m}^2$ )  $\delta U_{\text{PSD}} \approx 1.0 \text{ mV}$  로 결론(실측 폭 대비 수 % 미만)은 불변이다. 동역학 채널: 흑연의 GITT 실측 확산계수  $D \approx 10^{-11}$ – $4 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$ [23]

로 평형화 시간은  $\tau(5\mu\text{m}) = r^2/D \approx 6 \times 10^2 - 2.5 \times 10^4 \text{ s}$  규모이나, 이  $\tau \propto r^2$  분산은  $|I| \rightarrow 0$  평형 기준선에서 항등적으로 소멸하며(지연은 유한 전류의 산물, §1.8), 유한 전류에서는 전이당 단일 유효  $L_V(N7)$ 의 입자별 산포로 들어오는 이차 보정 — 이미 부차적인 꼬리 폭의 산포 — 에 그친다. 따라서 마이크론 흑연에서 반경→곡선 사상은 두 채널 모두 정량적으로 작고, 일반형 (1.81)의 반경 의존이 커널에서 소거되어 PSD 적분은 항등이 되며, 앙상블에 남는 heterogeneity는 비-크기  $\eta$  산포 — 곧 식 (1.79) — 뿐이다. (iii-b)의  $\rho(U_{\text{app}})$ 를 비-크기 heterogeneity 전용으로 두는 것은 선언이 아니라 이 수치 유도의 따름 결과다. 크기 채널이 유의해지는 것은  $1/r$ 이 큰 나노 영역(상한  $\gamma$  기준  $r \approx 30 \text{ nm}$ 에서  $\Delta U \approx 25 \text{ mV}$ ;  $\gamma \sim 0.1$ 이면 그 십분의 일)뿐이며, 그 영역(과 양자가둠 밴드 shift 류)은 본 장의 범위에 포함하지 않는다. Dahn 등의  $x_{\text{max}} = 1 - P$  무질서 모델[22]은 비-크기 구조 무질서가 실재함을 보이는 용량-한계 예시일 뿐, inter-particle  $\eta$  분포 형상을 정량하는 1차 근거는 아니다(분포 형상 tier C 근거미발견 — intra-particle site-blocking 식을 과대인용하지 않는다).

- (ii)  $dQ/dV \rightarrow \rho(U_{\text{app}})$  역산은 ill-posed 이므로 하지 않는다(forward-only). (iii-b)의 “peak = 단일 입자 커널 ⊗ 앙상블 분포  $\rho(U_{\text{app}})$ ”(식 (1.79))는 1종 Fredholm 적분방정식(distribution of relaxation times 와 동형)이라, 정방향(분포→peak)만 잘 정의되고 역방향은 정규화·형태가정 없이는 비유일·불안정하다 — 서로 다른 분포가 거의 같은 곡선을 주고, “불안정”의 뜻은 합성곱이 분포의 고주파 성분을 지수적으로 눌러 놓아 역산이 그 눌린 성분을 복원하는 과정에서 데이터의 작은 잡음을 크게 증폭한다는 것이다. 따라서  $\eta$  heterogeneity는 현상학적 폭  $w_j$ 에 흡수되는 것으로만 두고 식 (1.79)를 forward로만 쓴다(분포는 폭을 넓힐 뿐 평형 중심  $U_j$ 를 옮기지 않는다 — (iii-b)의 GITT 한정과 동일[23]).
- (iii) 입자 크기 분포(PSD) 위로 합성곱하는 다입자 처리는 모델에 넣지 않는다. 모델은 단일 유효 입자 + 동역학 지연  $L_V(N7\cdot N8)$  구조를 유지하고, 앙상블 무질서는 현상학적  $w_j$  한 파라미터로 흡수된다 — 모델 차원은 늘지 않고, 늘어난 것은 (iii-b)의 비-크기 통계 평균 설명뿐이다(크기→폭 맵은 후속).

**핵심. broadening 한 줄.** 연속 전이(*dilute*:  $4L \rightarrow 3L \rightarrow 2L$ )는 평형 단일 입자가 이미 폭  $n_j RT/F$ 의 종이고, 두-상 전이( $\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$ )만 평형(*plateau* 내부) 델타가 유한 종이 된다 — 그 폭은 세 출처가 정한다: ① 전류가 커는 유한율속 비대칭 꼬리( $L_V$ ,  $|I| \rightarrow 0$  소멸) ② *plateau* 양끝의 평형 잔여 내재 폭( $\sim RT/F$ , 전류 무관) ③ 입자 앙상블의 집합 통계역학 — 평형 층(*Dreyer* 순차 전환이 *plateau* 구조를 만듦)과 *broadening* 층(그 평형 델타를 펴는 *apparent*- $U = U_j + \eta$ 의 입자간  $\eta$  산포  $\rho(U_{\text{app}})$ )으로 갈리며, *forward* 평균  $\int \rho(U_{\text{app}}) (dQ/dV)^{\text{single}} dU_{\text{app}}$ (식 (1.79);  $\rho \rightarrow \delta$ 면 평형 중심  $U_j$ 의 단일 델타로 환원; 흑연-특정 구조 무질서 근거는 흑연 두-상 한정 — *LCO*는 일반  $\eta$  산포로만, 본문 ③). ②⊗③을 한꺼번에 흡수하는 것이 현상학적 자유 피팅 폭  $w_j$ 이고, ①은 별도 축  $L_{V,j}$ 가 담당한다(합치면 이중계산 — 식 (1.80)) — 분포하는 것은  $\eta$ (겉보기 중심  $U_{\text{app}}$ ), 평형 중심  $U_j$ 는 입자 무관 상수로 움직이지 않는다. 입자 사이즈(반경) 채널은 마이크론 흑연에서 정량적으로 무시 가능하여( $\delta U_{\text{PSD}} \ll w$ , 식 (1.82) 수치 유도 — 본문 §1.7.3(i)) 모델은  $\rho(U_{\text{app}})$  역산·PSD 크기 *convolution*으로 확장하지 않는다(역문제 *ill-posed-forward-only*).

이로써 두-상 폭의 지위가 단했다 — 다음 절(§1.8)은 세 출처 중 ①(유한율속 비대칭 꼬리)의 답, 곧 동역학 지연 길이  $L_V$ 를 세운다.

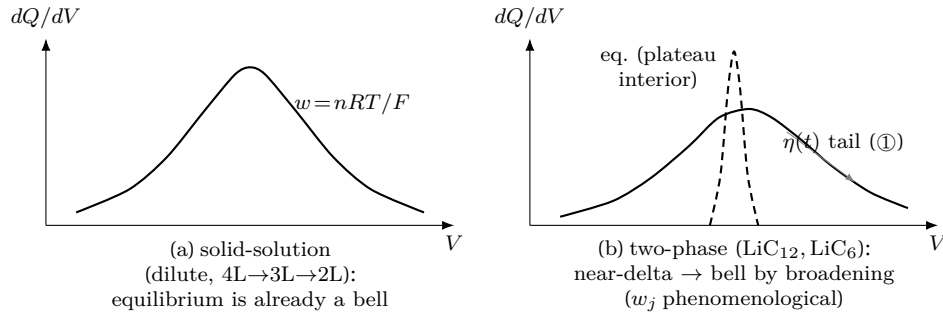


Figure 15: 평형 모양과 broadening. (a) 연속 고용체 전이 — 평형 단일 입자  $dQ/dV$  가 이미 폭  $n_j RT/F$  의 종(식 (1.76)), broadening 불요. (b) 두-상 전이 — 평형은 plateau 내부에서 거의 날카로운 선(파선; 양끝 단상 꼬리 탓에 폭이 정확히 0 은 아님)이고, 실측은 세 출처가 펼친 치우친 종(실선)이다: ① 유한율속 비대칭 꼬리 (§1.8–§1.9 의  $L_V$ ,  $|I| \rightarrow 0$  소멸), ② 전류 무관한 가장자리 내재 폭( $\sim RT/F$ ), ③ 겉보기 중심  $U_{app} = U_j + \eta$ 의 입자간  $\eta$  산포를 forward 평균한 앙상블 몫 (식 (1.79)). ①의  $\eta(t)$ (한 입자의 시간 변화)와 ③의 입자간  $\eta$  산포는 같은 과전압의 다른 평균이며, 평형 중심  $U_j$  는 입자 무관 상수다 — 분포하는 것은  $\eta$ . 세 출처의 지위와 한정(폭  $w_j$  의 현상학적 지위·흑연 두-상 국한· $\rho(U_{app})$  역산 금지·사이즈 배제)은 본문 §1.7.2·§1.7.3.

## 1.8 동역학 지연 길이 $L_V$

이 절(N7–N9)은 §1.7 세 출처 중 ①(유한율속 비대칭 꼬리)에 대한 답이다. 유한 전류에서는 평형 목표  $\xi_{eq}$  를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 이 절은 그 지연을 전이당 하나의 길이  $L_{V,j}$  로 닫는다 — 사슬  $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{eff} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$  를, 운동방정식의 보편형에서 한 단계씩 닫는다.

### 1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 $L_q$

(a) 출발 — 운동방정식을 용량축으로. §1.5 의 운동방정식  $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$  을, 정전류에서 성립하는  $dq/dt = |I|/Q_{cell}$  로 나누면  $d\xi_j/dq = (Q_{cell}k_j/|I|)(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ . (b) 연산 — 지연 변수. 지연  $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$  의 변화율  $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq$  에 위 식을 넣으면 (c) 중간식.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{Q_{cell}k_j}{|I|} r_j, \quad (1.83)$$

(d) 박스 — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 지연 길이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell} k_j}}. \quad (1.84)$$

$L_{q,j}$  는 요구( $|I|/Q_{cell}$ )와 공급( $k_j$ )의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도  $k_j$  는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다 — detailed balance (1.60) 로  $r_j^- = r_j^+ e^{-A_j/RT}$  이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-A_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi_d A_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.85)$$

이고, 괄호 인자  $(1 + e^{-A_j/RT})$  가 역방향 몫의 전부다( $A \gtrsim 3RT$  면 1로 수렴한다).  $A_j$  의 상호작용 몫을 장벽으로 흡수해 지수를  $\Delta G_{a,j}^{eff} - \chi_d A$ (동결·이상 몫  $A$ )로 가르는 것은 §1.8.3 가 한다 — 이

두 인자가 아래  $L_q$  평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

### 1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

$L_q$  는 전이당 한 점(꼬리 컷점  $q_a$ )에서 상수로 동결된다. (a) 출발 — 컷의 정의. 컷점은 원천  $d\xi_{eq}/dq$  가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) 연산·중간식 — 컷의 구동력. 컷은 점유  $\xi_{eq}$  자체가 아니라 그 미분  $d\xi_{eq}/dq$  의 5% 기준이며, logistic 미분 종의 5% 폭이 중심에서  $\pm z_{cut} RT/F$  규모라 그곳의 구동력은  $\mathcal{A} = z_{cut} n_j RT$  ( $z_{cut} = 4.357$  — 이 5% 컷에 대응하는 선택값) 다. (d) 박스 — 상한과 함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{cut} n_j RT, A_{cap} RT), \quad z_{cut} = 4.357, A_{cap} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.86)$$

기본 상태( $n_j=1$ )에서는  $z_{cut} n_j RT = 4.357 RT > A_{cap} RT = 4.0 RT$  라 상한이 걸려 실효 컷은  $z = 4.0$ (정점의 약 7%)이고, 5% 컷 분기는  $n_j < A_{cap}/z_{cut} \approx 0.92$  로 피팅될 때 활성화된다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일( $n_j > 0$  라 항상 양수)이고, 방향은 아래  $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$  가 받는다. 방향 부호  $\sigma_d$  를 min 안에 넣으면 충전에서 상한이 음수가 되어 물리적으로 무의미해 지므로, 크기는 항상 양수로 두고 방향은 전달 계수  $\chi_d$  로만 반영한다.

### 1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — 합-1 제약. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율  $\chi \in [0, 1]$  의 합-1 제약 ( $\chi + \chi' = 1$ , 식 (1.60) detailed balance 가 강제)에서, (b)(c) 방향별 선택. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.87)$$

(d) 박스 — 유효 장벽. 구동력에 평균장  $\mu$  의 상호작용 몫(식 (1.29) 의 몫을  $\xi$  좌표로 옮긴  $\Omega(1-2\xi)$  —  $\theta = 1 - \xi$  에서 부호 반전)을 마저 실으면  $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$  다 — 이 상수 몫은 아래처럼 장벽으로만 흡수되고, 컷점 판정(식 (1.86))은 이상 몫  $sF(V - U_j)$  로 남아 이중계산이 없다. 깊은 꼬리에서 방전은  $\xi \rightarrow 1$  — 상호작용 몫  $-\Omega(1 - 2\xi) \rightarrow +\Omega$  — 이고, 충전은  $\xi \rightarrow 0$  거울이되 충전의 구동력은 리튬화 방향으로 부호가 뒤집힌  $-sF(V - U_j) + \Omega_j(1 - 2\xi_j)$  라 같은 극한에서 상호작용 몫  $+\Omega(1 - 2\xi) \rightarrow +\Omega$  — 두 방향 모두 구동력의 상수 몫이 같은  $+\Omega$  이고, 이것이 정방향 유효 장벽의 활성화 엔탈피로 흡수되어 유효값이 된다:

$$\boxed{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j}. \quad (1.88)$$

한 줄로 적으면 — 컷점에서 완전형 구동력이 이상 몫과 장벽 몫으로 갈린다:

$$\mathcal{A}_j^{(d)} = \sigma_d [sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)] \xrightarrow{\xi_j \rightarrow (1+\sigma_d)/2} \underbrace{\mathcal{A}}_{\text{이상 몫 — 컷 판정 (1.86)}} + \underbrace{\Omega_j}_{\text{장벽 흡수}}, \quad r_j^+ = k_0 e^{-[\Delta G_{a,j} - \chi_d(\mathcal{A} + \Omega_j)]}$$

단, 이 보강을 적용하지 않으면 보강 없이  $\Delta H_a$  를 그대로 쓴다. 방향별로 풀어 적으면 다음과 같다 (식 (1.87) 의  $\chi_d$  대입 — 기본  $\chi = 0.5$  면 두 방향이 같은  $\Delta H_{a,j} - \Omega_j/2$  로 합쳐진다):



| 방향                     | $\chi_d$   | $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$          |
|------------------------|------------|----------------------------------------|
| 방전 ( $\sigma_d = +1$ ) | $\chi$     | $\Delta H_{a,j} - \chi \Omega_j$       |
| 충전 ( $\sigma_d = -1$ ) | $1 - \chi$ | $\Delta H_{a,j} - (1 - \chi) \Omega_j$ |

#### 1.8.4 $L_q$ 의 평가와 전압축 환산 $L_V$

(a) 출발 — 정·역 합과 Eyring prefactor. 식 (1.85) 의 정·역 합을 컷 동결 값으로 평가하면  $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}/RT})$ ,  $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$  ( $k_0 = k_B T/h$ ;  $\mathcal{A}_j \rightarrow \mathcal{A}$  동결과  $\Omega$  몫의 장벽 흡수는 §1.8.2-§1.8.3) — 이를 식 (1.84) 의  $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$  에 넣으면 (b)(c) 연산·중간식 —  $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T \Delta S_a$  로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}, \quad (1.89)$$

이 갈라 적기의 활성화 엔트로피  $\Delta S_{a,j}$  의 미시 기원 — 반응좌표를 뺀 분배함수 비의 로그  $R \ln(q^\ddagger/q_R)$  — 은 §1.5 의 배경 박스(식 (1.66))가 세웠다: 이 절은 그 갈래를 쓰고, 그 박스가 기원이다. (d) 박스 — 특성 온도로 묶기. 앞 인자를  $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$  로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.90)$$

암묵 전제 명시 — 식 (1.90) 의  $\Delta H_a^{\text{eff}}$  는, 유효 장벽 보강이 켜져 있을 때만 식 (1.88) 의  $\Delta H_a - \chi_d \Omega$  이고, 꺼져 있으면 그대로  $\Delta H_a$  다. 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이 용량축  $1/L_q$  와 분모  $dV_n/dq$  가 묶여 전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.91)$$

부호의 핵심 —  $\mathcal{A}$  가 전이당 컷 상수로 동결되므로, 실현되는 미분은  $\partial \ln L_q / \partial V = 0$  이다(전이당 한 스칼라). 부등식  $\partial \ln L_q / \partial V < 0$  은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일  $\mathcal{A}$  를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력  $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$  로 두면, 방전 기준( $\sigma_d = +1$ ; 충전은 진행 방향  $V \downarrow$  를 따라 같은 단조성)  $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$  유효 장벽  $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$  (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 한편  $|I|$  의존은 동결 뒤에도 남는다 —  $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$  라  $|I| \rightarrow 0$  에서  $L_V \rightarrow 0$ , 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 지연 길이를 직접 지정하면 동역학 계산을 우회해 그 값을 쓰고,  $I \leq 0$  이거나 활성화 엔탈피 입력이 없거나 컷점 OCV 기울기  $|dV/dq|_{q_a}$  가 0(기본값·미입력)이면  $L_V = 0$  이다.

N7 의 진행을 정리하면 — 다중도  $n_j$ (입력 가드로 크기만 취함 — 정상 입력은 항상 양수)에서 컷 affinity  $\mathcal{A}$ (식 (1.86))로, 방향별 전달 계수와 유효 장벽(식 (1.87)·(1.88))으로, 용량축 지연 길이  $L_q$ (식 (1.90))로, 마지막으로 전압축 지연 길이  $L_V$ (식 (1.91))로 이어지며, 전이당 상수 하나(대표  $T_{\text{rep}}$ ·대표  $n$ )로 한 번만 평가된다. 구현 대응은 부록 B 에 둔다. 이 컷 동결이 우회하는 참 자기일관 ( $L_V = L_V(\xi)$ )의 해석적 1차 단함과 그 타당성 조건·수치 해법은 부록 E 에 둔다. 여기서 세운  $L_{V,j}$  가 다음 절의 인과 기억 적분(식 (1.97))에 들어갈 때 그 적분의 하한이  $-\infty$  라는 점이 구현상 pad 를 요구한다 — 그 규약(진행방향 과거로  $5L_{V,j}$  확장 후 원 격자 절단)은 §1.9 의 구현 각주에 둔다.

## 1.9 인과 기억 꼬리와 충전에서의 방향 반전

지연 길이  $L_{V,j}$  가 정해지면(N7), 전이  $j$  의 peak 모양은 이 절이 닫는 하나의 표현으로 정해진다 — 평형 목표  $\xi_{eq,j}$  를 그 자신의 인과 기억으로 적분해 지연 진행률  $\xi_{lag,j}$  를 얻고, 그 차를 길이로 나눈 것이 peak 모양이다. 이 절은 그 기억 적분과, 충전에서 그 적분이 향하는 방향을 닫는다 — 부호 오류가 발생하기 쉬운 지점이므로 §A 에서 별도 검산한다.

### 1.9.1 인과 기억 적분과 지연 진행률 $\xi_{lag}$

(a) 출발 — 1계 선형 ODE. 지연 방정식 (1.84) 는 1계 선형이라 적분인자  $e^{q/L_{q,j}}$  로 닫힌 해를 갖는다. (b) 연산 — 적분인자. 양변에  $e^{q/L_{q,j}}$  를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left( r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left( \frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}, \quad (1.92)$$

(c) 중간식 — 적분해 일반해.  $q_0$  부터 적분하고  $e^{-q/L_{q,j}}$  를 곱해  $r_j$  를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq' \quad (1.93)$$

— 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널  $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$  로 가중한 기억의 합성곱이다(계는 길이  $L_q$  만큼의 최근 과거만 기억). 이 결괏값  $r_j = \xi_{eq,j} - \xi_j$  의 인과 기억은 시작점  $q_0$  를 어디에 두어도 성립하는 항등식이며,  $q_0$  를 밀어낼 자유가 다음 단계를 연다.

시작점  $q_0$  는 물리가 아니라 적분의 자유 상수다 —  $r_j$  는 유계(진행률의 차이로  $|r_j| < 1$ ) 이고  $L_{q,j} > 0$  이므로,  $q_0$  를 과거로 밀면  $r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} \rightarrow 0$  이 지수로 소멸한다. (a) 출발 — 경계를 무한히 밀어내기.  $q_0 \rightarrow -\infty$  로 보내 이 항을 버리고, 컷점에서 얼어붙은 고정 기울기(식 (1.91)) 로 좌표를  $q \rightarrow V$  로 바꾸면(방전 기준  $\sigma_d = +1$ ; 일반 방향은 아래 소절), 식 (1.93) 는 시작점 없는 형태로 좁혀진다:

$$r_j(V) = \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{du} du \quad (1.94)$$

— 하한  $-\infty$  가 곧 §1.1.3 이 말한 “자연 경계”다. (b) 연산 — 부분적분.  $f(u) = e^{-(V-u)/L_{V,j}}$ ,  $g(u) = \xi_{eq,j}(u)$  로 두면  $f'(u) = (1/L_{V,j}) e^{-(V-u)/L_{V,j}} = f(u)/L_{V,j}$  이고,  $\int f g' du = [fg] - \int f' g du$  를 식 (1.94) 에 적용하면

$$r_j(V) = \left[ e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{eq,j}(u) \right]_{-\infty}^V - \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{eq,j}(u) du. \quad (1.95)$$

(c) 중간식 — 경계항 평가. 위끝  $u = V$  에서  $e^0 \xi_{eq,j}(V) = \xi_{eq,j}(V)$ , 아래끝  $u \rightarrow -\infty$  에서  $e^{-(V-u)/L_{V,j}} \rightarrow 0$  이  $\xi_{eq,j}$  의 유계값(logistic,  $0 < \xi_{eq} < 1$ )을 누르므로 경계항은  $\xi_{eq,j}(V)$  하나만 남고,

$$r_j(V) = \xi_{eq,j}(V) - \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{eq,j}(u) du. \quad (1.96)$$

(d) 박스 — 지연 진행률. §1.8 의 정의  $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$  와 식 (1.96) 를 나란히 두면  $\xi_j$  가 곧 닫힌 적분으로 떨어진다 — 이 인과 기억 적분값을 지연 진행률  $\xi_{lag,j}$  로 명명한다( $\xi_{lag,j} = \xi_j$ , 운동방정식

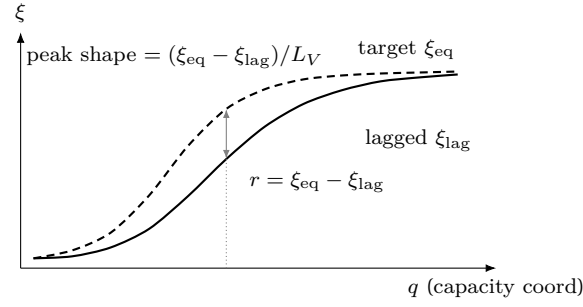


Figure 16: 지연의 완화. 파선 = 평형 목표  $\xi_{eq}(q)$ , 실선 = 인과 기억 적분(식 (1.97))으로 뒤쳐진  $\xi_{lag}$ . 둘의 차  $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$  가 지연이고, peak 모양  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.98))은 이 차를 길이로 나눈 것이다.  $L_{V,j} \rightarrow 0$  에서 이 차분이 평형 중의 미분으로 매끈히 수렴하는 논증(식 (1.102))은 본문 §1.9 다음 소절이 닫는다. (좌표는 기억 적분의 도식 평가다.)

해의 꼬리 문맥 이름):

$$\xi_{lag,j}(V) = \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V \xi_{eq,j}(u) e^{-(V-u)/L_{V,j}} du. \quad (1.97)$$

커널이 규격화되어 있음이 곧바로 검산된다 —  $w = V - u$  로 바꾸면  $\int_{-\infty}^V (1/L_{V,j}) e^{-(V-u)/L_{V,j}} du = \int_0^{\infty} (1/L_{V,j}) e^{-w/L_{V,j}} dw = 1$ . 곧  $\xi_{lag,j}$  는 평형 목표  $\xi_{eq,j}$  를 그 자신의 과거 위에서 규격화된 지수가중으로 평균한 값이다 — 임의의 평가점  $V$  마다 그 점 하나의 적분으로 닫힌다.<sup>5</sup> 그림 16 가 목표  $\xi_{eq}$ , 지연  $\xi_{lag}$ , 그 차  $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$  를 보인다.

### 1.9.2 peak 모양과 그 평형 극한

(a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나  $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$  이고(지연  $r_j$  는 식 (1.97) 이 전 구간 결정), 그 미분  $d\xi_j/dV = d\xi_{eq,j}/dV - dr_j/dV$  를 보존식  $dQ/dV = C_{bg} + \sum Q_j d\xi_j/dV$  에 넣으면 각 전이의 기여는 “평형 전환율에서 지연의 변화율을 빼 것”이 된다. (d) 박스.

$$\text{peak shape} = \frac{\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}}{L_{V,j}} = \frac{r_j}{L_{V,j}}. \quad (1.98)$$

( $\xi_{lag,j}$  는 식 (1.97) 의 점별 적분값.) 방전 기준으로 식 (1.94) 의 피적분함수는  $d\xi_{eq,j}/du \geq 0$ (§1.6) 이고 커널도 양수라  $r_j \geq 0$  이 적분 형태에서 바로 보인다 — peak 모양은 음이 되지 않는다.

평형 peak(식 (1.76))와 이 꼬리식(식 (1.98))은 지금까지 서로 다른 절에서 닫혔다 — 둘이 한 표현의 두 극한임을 다음이 보인다. (a) 출발 — 적분인자 이전 형태. 식 (1.94) 를 그대로  $L_{V,j}$  로 나누면

$$\frac{r_j}{L_{V,j}} = \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{du} du. \quad (1.99)$$

<sup>5</sup>구현 각주(v1.0.25). “점별”은 출력이 점별이라는 뜻이고, 식 (1.97) 의 하한은  $-\infty$  인 이력 적분이다 — 그러므로 평가 격자를 그대로 적분 구간으로 쓰면 격자 시작점 이전의 과거가 누락된다. 구현은 진행방향 과거로  $5L_{V,j}$  만큼 격자를 확장(간격  $\leq L_{V,j}/20$  의 coarse pad, 상한 4000점)해 적분한 뒤 원 격자만 절단해 반환한다. 이로써 평가창의 시작점이 봉우리 안에 있어도 결과가 창에 의존하지 않는다 — 같은 물리점을 세 개의 다른  $V_{app}$  시작점에서 평가한 상대 산포가 충전 구현에서 74.3% 였고 pad 후 0.02% 다(신규 게이트 G-창의 대조 측정; pad 길이는 커널 잔여  $e^{-5} \approx 0.7\%$  에 해당해 이 잔차의 하한을 준다). 평형 중 경로와 기본 데이터셋( $L_{V,j} \sim 10^{-8}$  V 로 pad 가 격자 간격보다 작아 항등)은 무변경이다.

(b) 연산 — 치환.  $t = (V - u)/L_{V,j}$  (곧  $u = V - L_{V,j}t$ ,  $du = -L_{V,j}dt$ ;  $u \rightarrow -\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty$ ,  $u = V \Rightarrow t = 0$ )로 바꾸면

$$\frac{r_j}{L_{V,j}} = \int_0^\infty e^{-t} \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \Big|_{V-L_{V,j}t} dt. \quad (1.100)$$

이 치환이 하는 일은  $L_{V,j}$  를 적분 구간이 아니라 피적분함수 안(평가점  $V - L_{V,j}t$ )으로 옮기는 것이라, 식 (1.98) 에  $L_V \rightarrow 0$  을 소박하게 대입할 때 보이던 0/0 꼴의 겉보기 부정형이 사라진다.

(c) 중간식 — 지배수렴.  $|d\xi_{eq,j}/dV| = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j \leq 1/(4w_j)$  (식 (1.75))라 피적분함수가  $|e^{-t} d\xi_{eq,j}/dV| \leq e^{-t}/(4w_j)$  로 눌리고, 이 지배함수는  $\int_0^\infty e^{-t}/(4w_j) dt = 1/(4w_j) < \infty$  로 적분 가능하다.  $L_{V,j} \rightarrow 0$  에서 각  $t$  마다 평가점  $V - L_{V,j}t \rightarrow V$  이고  $d\xi_{eq,j}/dV$  는 연속이라 극한과 적분을 바꿀 수 있다(지배수렴정리):

$$\lim_{L_{V,j} \rightarrow 0} \frac{r_j}{L_{V,j}} = \left( \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right)_V \int_0^\infty e^{-t} dt = \left( \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right)_V. \quad (1.101)$$

(d) 박스. 이 소절은 방전( $\sigma_d = +1$ ) 기준이라  $d\xi_{eq,j}/dV = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j \geq 0$  이고,

$$\boxed{\lim_{L_{V,j} \rightarrow 0} \text{peak shape} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}}. \quad (1.102)$$

곧 정확히 식 (1.76) 의 평형 종이다(충전은 아래 절의 식 (1.103) 로 같은 양의 종을 주어 평형 종은  $\sigma_d$  불변). 꼬리식(식 (1.98))은 모든  $L_{V,j} > 0$  에서 하나의 표현이고, 평형 종은 그  $L_{V,j} \rightarrow 0$  해석적 극한이다. 지배함수  $e^{-t}/(4w_j)$  가 적분가능해 극한. 적분 교환이 정당하고,  $\xi_{eq,j}$  자체도 매끈해 극한 값이 어떤 문턱에서의 전환이 아니라 극한 그 자체로 닫힌다.  $|I| \rightarrow 0$  이면  $L_{V,j} \propto |I| \rightarrow 0$  (식 (1.91)) 이므로, 이 극한이 곧 저전류 기준선으로 가는 길이다.

### 1.9.3 충전에서의 방향 반전 — 진행 방향의 과거

식 (1.97) 는 방전( $\sigma_d = +1$ ) 기준으로 닫았다. 이 절은 같은 적분이 충전에서 향하는 방향을 닫는다.

(a) 출발 —  $q$  와  $V$  의 상대 방향. 인과 순서는 언제나 용량축  $q$  (항상 진행 방향으로 늘어나는 좌표)가 쫓는다 — 지연 방정식(식 (1.84))도 그 해(식 (1.93))도  $q$  에서 닫혔다.  $q$  를  $V$  로 옮기는 컷점 기울기의 부호가 곧  $\sigma_d$  다(식 (1.91) 의  $|dV/dq|_{q_a}$  에는 크기만 담겨 있다) — 방전은  $dV/dq > 0$  (전위가 진행과 함께 오른다), 충전은  $dV/dq < 0$  (§1.1: 진행이  $V$  감소 방향).

(b) 연산 — 과거의 방향이 뒤집힌다.  $q$ -축의 인과 순서(“ $q$  증가 = 과거에서 현재로”)를 그대로  $V$  로 옮기면, 방전은  $q$  증가가  $V$  증가와 같은 방향이라 과거가 낮은  $V$  쪽에 있고(하한  $-\infty$ , 식 (1.97) 그대로), 충전은  $q$  증가가  $V$  감소와 같은 방향이라 과거가 오히려 높은  $V$  쪽에 있다 — 적분의 하한·상한과 커널의 부호가 함께 뒤집힌다.

(c) 중간식 — 뒤집힌 커널과 구간. 방전의 커널  $e^{-(V-u)/L_{V,j}}$  (지수는 “ $u$  가  $V$  보다 얼마나 과거인가”를 잴다)에서, 충전은 과거의 방향이 반대이므로 지수의 부호도 반대가 되어  $e^{-(u-V)/L_{V,j}}$  이고, 적분은  $u = V$  에서 시작해  $u \rightarrow +\infty$  (더 먼 과거)로 뻗는다. 식 (1.94)–(1.97) 의 (a)–(d) 유도를 이 뒤집힌 커널·구간에 그대로 반복하면(같은 부분적분, 경계항은 이번엔  $u = V$  쪽에서  $\xi_{eq,j}(V)$ ,  $u \rightarrow +\infty$  쪽에서 0) 거울 형태가 닫힌다.

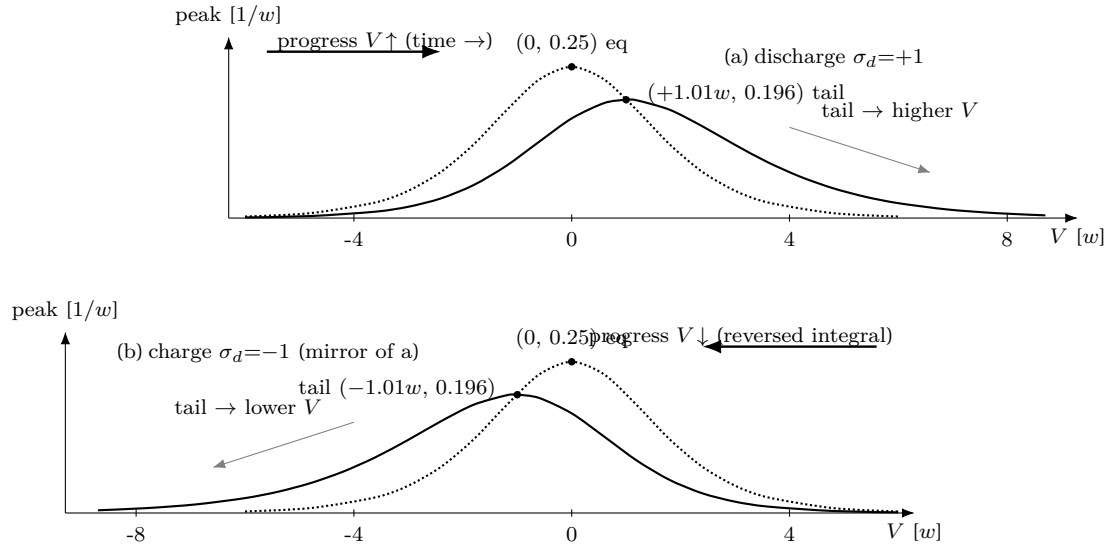


Figure 17: 인과 꼬리의 방향 — 좌표는 식 (1.97)·(1.103)의 점별 적분을 수치 평가한 값이다( $w=1$ ,  $L_V=1.5w$ ). 점선 = 평형 중  $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (정점 0.25@중심, 방향 불변), 실선 = peak shape  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.98)). (a) 방전은 진행이  $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은  $V$  쪽으로, 정점  $(+1.01w, 0.196)$ (식 (1.103) 상단 분기). (b) 충전은 진행이  $V \downarrow$ 라 인과 적분이 향하는 쪽이 뒤집혀(식 (1.103) 하단 분기) 꼬리가 낮은  $V$  쪽으로, 정점  $(-1.01w, 0.196)$  — 방전의 정확한 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수. (좌표는 기억 적분의 도식 수치평가다.)

(d) 박스 — 두 방향.

$$\xi_{lag,j}(V) = \begin{cases} \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V \xi_{eq,j}(u) e^{-(V-u)/L_{V,j}} du & \sigma_d = +1 \text{ (방전)} \\ \frac{1}{L_{V,j}} \int_V^{+\infty} \xi_{eq,j}(u) e^{-(u-V)/L_{V,j}} du & \sigma_d = -1 \text{ (충전)} \end{cases} \quad (1.103)$$

인과 기억이 진행 방향의 과거를 훑는다는 것이 이 두 식의 공통 내용이다 — 방향을 어기면 비인과가 된다.

두 커널 모두  $\int(\dots)du = 1$ 로 규격화된 가중평균이라  $\xi_{lag,j}$ 는 어느 방향에서도  $\xi_{eq,j}$ 와 같은 유계 범위 안에 있고,  $r_j = \xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}$ 는 두 방향 모두 “진행 방향으로 앞선 목표에서, 그 과거의 가중평균을 뺀 값”이라 peak 모양  $(\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j})/L_{V,j}$ 는 부호를 유지한다(방전·충전 모두 음이 아니다). 이 방향을 어기면 — 이를테면 충전에 방전의 적분을 그대로 쓰면 — 꼬리가 아직 지나지 않은 전위 쪽의 값을 앞당겨 반영하는 비인과 신호가 되어 peak가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전  $dQ/dV$ 는 방전의 거울이고, 꼬리는 진행상 나중에 지나는 전위 쪽으로 늘어난다(방전은 높은  $V$ , 충전은 낮은  $V$  쪽으로). 그림 17가 두 방향을 나란히 보인다.

## 1.10 합산과 흑연 staging 초기값

전이별 peak 모양이 식 (1.98)(그  $L_V \rightarrow 0$  극한은 평형 중 (1.102)(1.76))로 정해지면, 용량 가중을 곱해 내부 전위  $V_n$  위에 점별로 누적한다. 보존식  $Q_{cell}q = Q_{bg} + \sum_j Q_j \xi_j$ 를  $V$ 로 미분하면 서로소 자리 분해(전이  $j$ 의 진행이 서로 독립)에서  $dQ/dV = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV$ 이고, 각  $d\xi_j/dV$ 가



Table 2: 전이 초기값(흑연 staging 4 건) — 출발점, 피팅으로 override.  $U$  는  $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$  정합 목표. 전위 anchor:  $2 \rightarrow 1$  (0.085 V, Dahn[1])· $2L \rightarrow 2$  (0.120 V, Ohzuku 등 [2])는 보고값과 정확 일치(2차 출처 경우 확인이라 tier B 로 보수 분류),  $4 \rightarrow 3$  (0.210 V, Dahn[1])은 근사 확인(tier B),  $3 \rightarrow 2L$  (0.140 V)는 Ohzuku 보고  $\approx 0.125$  V [2] 에서 15 mV 떨어진 배치값이다 — 본 표의 두 anchor 출처 [1, 2] 사이에서도 같은 전이의 보고 전위가 시료·측정 조건에 따라 어긋나므로 그 시료 의존 편차 범위 안의 출발점으로 두고 tier C 로 분류한다.  $\Delta S_{\text{rxn}}$  의 부호·수십 J/(mol K) 스케일은 흑연 삽입 엔트로피 실측 [24] 과 정합(전이별 정밀값 아님 — tier B).

| stage              | $U$ [V] | $\Delta H_{\text{rxn}}$<br>[J/mol] | $\Delta S_{\text{rxn}}$<br>[J/(mol K)] | $Q$<br>[ $Q_{\text{cell}}$ ] | $\Omega$<br>[J/mol] | $\Delta H_a$<br>[J/mol] | $ dV/dq _{q_a}$<br>[V] |
|--------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| $4 \rightarrow 3$  | 0.210   | -11700                             | +29.0                                  | 0.10                         | 6000                | 48000                   | 0.30                   |
| $3 \rightarrow 2L$ | 0.140   | -13500                             | 0.0                                    | 0.12                         | 8000                | 46000                   | 0.30                   |
| $2L \rightarrow 2$ | 0.120   | -13100                             | -5.0                                   | 0.25                         | 10000               | 44000                   | 0.30                   |
| $2 \rightarrow 1$  | 0.085   | -13000                             | -16.0                                  | 0.50                         | 13000               | 40000                   | 0.30                   |

곧 peak 모양이라(식 (1.98)) 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합으로 닫힌다:

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak shape}_j] = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}] . \quad (1.104)$$

각 전이의 기여는 배경 위에 누적된다(배경은 합산 전에 먼저 깔림) — 모든 평가가 입력 전위  $V_n$  위에서 점별로 닫혀 출력 좌표가 곧 입력 좌표다. 스칼라 전위 입력은 한 점의 값으로 축약된다.

$C_{\text{bg}}$  의 지위 — 창·국소 상수 근사(v1.0.25 명기). 식 (1.104) 의  $C_{\text{bg}}$  를 상수로 두는 것은 전역 사실이 아니라 피팅 창 안에서만 쓰는 근사다. 공개 반쪽셀 실측(4 셀·2 프로토콜)에서 전이 봉우리 밖 배경은 0.3–0.9 V 구간에 걸쳐 단조 감소하며(창 평균의  $\sim 230\%$  에 이르는 변화폭, 셀 간 일치 — 곧 측정 잡음이 아니라 재료·전극 거동), 상수도 선형도 전역으로는 부족하다. 그래서 좁은 창 안에서 상수  $C_{\text{bg}}$  가 실용적이고, 창을 넓히면 그 감소를 담을 광폭 중 하나가 추가로 필요하다. 다만 그 광폭 중의 이득은 조건부다 — 흑연에서 광폭 중만 단독 투입하면 오히려 악화되고(감소의 주요 구간이 흑연 피팅 창 밖이라 자유도만 늘어난다), skew  $\alpha_j$  (식 (1.77))와 동반될 때만 개선이 확인되었다. 그러므로  $C_{\text{bg}}$  는 (i) 창을 명시하고 (ii) 창 밖으로 외삽하지 않으며 (iii) 창 확장 시 광폭 중 도입을  $\alpha_j$  와 함께 검토한다는 세 조건 아래 쓰는 양이다. 배경의 물리적 출처(전기이중층·부반응·비전이 저장)를 이 한 상수로 분해하지는 않는다 — 분해는 본 장 범위 밖이다.

### 1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

표 2 가 네 전이 각 인자의 의미와 출발값이다(신뢰값이 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 하는 것이 전제) — 이 표가 있어 “본 장만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 다중도  $n = 1$ , 폭  $w$  폴백 (0.020/0.016/0.014/0.012 V),  $\Delta S_a = 0$  을 함께 갖는데, 폭 서식은  $n$  이 우선 적용되어 실제 초기 폭은 네 전이 균일하게  $w = RT/F \approx 25.7$  mV 이며,  $w$  폴백 열의 좁은 값은 전이 dict 에서  $n$  입력을 제거할 때 활성화되는 대안 폭이다 (§1.7 ② 의 같은 규정).  $\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}$  은  $U(298)$  정합으로 정해졌고( $U = (-\Delta H_{\text{rxn}} + 298.15\Delta S_{\text{rxn}})/F$  가 표의  $U$  와  $\pm 1$  mV 안에서 정합 —  $4 \rightarrow 3$  행만 0.2109 로 표시 자리수 경계),  $\Delta H_a$  는 저SOC(state of charge) → 만충에서 감소하는 DFT(density functional theory) 활성화 경향 [25, 26] 에 맞춘 스케일이고(전이별 수치의 전용 문헌 anchor 는 근거 미발견 — 실측 계면 활성화 에너지의 문헌 범위 25–59 kJ/mol

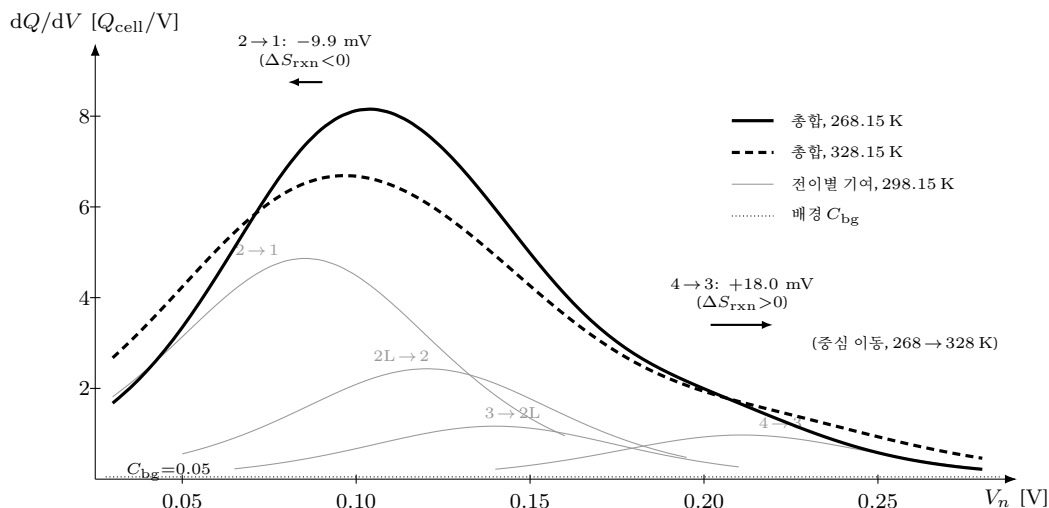


Figure 18: 합산식 (1.104) 이 내는 전체 곡선 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가다: 초기 상태의 평형 중 전용 극한( $L_V \rightarrow 0 \cdot \gamma_j = 0 \cdot R_n = 0$ )에서  $dQ/dV = C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j}) / w_j$  를 표 2 초기값으로 평가했다( $U_j(T) = (-\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j}) / F$  를 온도마다 재평가,  $w_j = RT/F - n_j = 1$  균일, 배경은 상수 예시  $C_{bg} = 0.05 Q_{cell}/V$ ). 회색 가는 곡선이 298.15 K의 전이별 기여, 굵은 실선·파선이 268.15/328.15 K의 총합이다. 온도가 오르면 (i) 폭  $w = RT/F$  가 비례해 열려 봉우리가 낮고 넓어지고 (면적  $Q_j$  보존), (ii) 중심은  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{rxn,j} / F$  를 따라 전이마다 반대 방향으로 움직인다 — 60 K 동안 2  $\rightarrow$  1 ( $\Delta S_{rxn} = -16 \text{ J}/(\text{mol K})$ )은  $-9.9 \text{ mV}$  로 왼쪽, 4  $\rightarrow$  3 (+29)은  $+18.0 \text{ mV}$  로 오른쪽(화살표), 3  $\rightarrow$  2L(0)은 제자리다. 다운도 피팅에서 온도마다  $U_j(T)$  를 따로 읽어야 하는 까닭 (§1.3)이 이 한 장이다.

와 겹치는 출발점),  $|dV/dq|_{q_a}$  는 컷 OCV 기울기(피팅),  $\Omega$  는 정규용액 추정(전이별 문헌 anchor 없음 — 피팅 출발점)이다. 초기 상태의 실현 크기를 수치로 확인하면 — 표의  $\Delta H_a$  초기값에서 대표 조건 (298 K·C/10)의  $L_{V,j}$  는  $10^{-10}$ – $10^{-8} \text{ V}$  규모로 폭  $w_j$  (수십 mV)에 비해 무시할 만큼 작아 식 (1.102)의  $L_V \rightarrow 0$  극한이 사실상 이미 실현된다(본 수치는  $|I|/Q_{cell}$  를  $\text{s}^{-1}$  수치로 대입한 값 — 정규화  $Q_{cell}=1$  에서 c-rate 숫자를 그대로 쓰는 규약;  $[1/h]$  수치를 SI 로 환산하면  $\sim 3600$  배 작아지나 결론  $L_V \ll w$  는 불변). 따라서  $\gamma$  미배정 (=0)· $R_n = 0$  과 함께 초기 상태의 곡선은 꼬리·분기 없는 평형 중 전용이다(가시적 꼬리는 피팅 개방 후 활성).  $k_0 = k_B T / h \cdot \Delta S_a = 0$  전제에서 꼬리가 폭  $w_j$  에 견줄 만큼(가시적 꼬리) 자라는 데는  $\Delta H_a \approx 80 \text{ kJ/mol}$  급 또는 음의  $\Delta S_a$  배경이 필요하므로 (전이별 — 위 대표 조건과  $\chi = 0.5$  기본 기준), 인용 문헌 범위 (25–59 kJ/mol)는 절대값 anchor 가 아니라 경향 anchor 로 읽는다. 이 초기 상태로 합산식 (1.104) 을 실제로 평가한 전체 곡선 — 문서가 최종 산출하는 바로 그 한 곡선 — 이 그림 18 다: 배경 위 네 봉우리의 겹침과, 온도를 바꿀 때 봉우리들이 서로 반대 방향으로 움직이는 것(그림 7의 기울기 부호)까지 한 장에서 읽힌다.

### 1.10.2 끝-대-끝 계산 예제 — $V_n = 0.085 \text{ V}$ 한 점

“본 장만 보고 같은 곡선을 재현한다”는 선언을 한 점에서 실증한다. 설정은 초기 상태 그대로다: 298.15 K, 평형 중 전용( $L_V \rightarrow 0 \cdot \gamma_j = 0 \cdot R_n = 0$ ), 표 2 입력, 배경  $C_{bg} = 0.05 Q_{cell}/V$  (그림 18 와 같은 예시 상수), 평가점  $V_n = 0.085 \text{ V}$ .

(a) 폭과 중심.  $n_j=1$  균일이라 폭은 네 전이 공통  $w = RT/F = 25.693 \text{ mV}$ .<sup>6</sup> 중심은 식 (1.49)

<sup>6</sup>상수 각주 (v1.0.25). 이 표시값은 CODATA-2018 값 ( $R=8.314462618$ ,  $F=96485.33212$ ) 으로 평가한 것이다

에 표의  $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$  를 넣은 환산값을 쓴다 — 표시 반올림  $U$  열 (0.210/0.140/0.120/0.085 V)을 되넣지 않는다(반올림 입력은 아래 (b) 의 지수에서 mV 급 오차를 낳는다):  $U_j(298.15) = 210.88/139.92/120.32/85.30$  mV.

(b) 전이별 평형 진행률. 식 (1.61) 의 무차원 인자  $(V_n - U_j)/w$  와 진행률:

|                     | $4 \rightarrow 3$ | $3 \rightarrow 2L$ | $2L \rightarrow 2$ | $2 \rightarrow 1$ |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| $(V_n - U_j)/w$     | -4.899            | -2.137             | -1.375             | -0.011            |
| $\xi_{\text{eq},j}$ | 0.0074            | 0.1055             | 0.2019             | 0.4971            |

— 평가점이 stage  $2 \rightarrow 1$  중심 바로 옆이라 그 전이만 반쯤 진행했고, 나머지는 초입이다.

(c) 전이별 봉우리 몫. 식 (1.76) 의  $Q_j \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j [Q_{\text{cell}}/V]$ :

$$0.0286 (4 \rightarrow 3) \quad 0.4408 (3 \rightarrow 2L) \quad 1.568 (2L \rightarrow 2) \quad 4.865 (2 \rightarrow 1).$$

(d) 합산. 식 (1.104) 으로

$$\left. \frac{dQ}{dV} \right|_{0.085 \text{ V}} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} = 0.05 + 6.902 = 6.95 Q_{\text{cell}}/V.$$

검산. 검산 — (i)  $2 \rightarrow 1$  몫:  $\xi_{\text{eq}} \simeq \frac{1}{2}$  (중심)이라 순높이가 식 (1.76) 의 읽기값  $Q_j/(4w_j) = 0.50/(4 \times 0.025693) = 4.87$  과 일치한다. (ii) 그림 대조: (c) 중 도면에 그려진 세 값( $3 \rightarrow 2L \cdot 2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$ )은 그림 18 의 298.15 K 전이별 기여 곡선을  $V_n = 0.085$  V 에서 읽은 값 그대로이고,  $4 \rightarrow 3$  몫 0.0286 은 그 곡선의 표시역(0.14 V 이상) 밖이라 도면에는 나타나지 않는다(수치 대조만 — 독립 수치 평가와 교차 일치). (iii) 재현 절차: 본 예제에 쓰인 것은 표 2 와 식 (1.49)·(1.61)·(1.76)·(1.104) 뿐 — 다른 입력이 없으므로, 같은 네 식을 전  $V_n$  축에 돌리면 그림 18 전체가 재현된다. 가역 발열까지 있는 같은 정신의 예제는 Part T 의 계산 예제 (§1.18.2)가 담당한다.

여기까지가 흑연 곡선(Part I)의 결과 사슬이다 — 이어지는 Part T 는 같은 전극·같은 입력에서 곡선 대신 열(엔트로피 분해와 가역 발열)을 뽑고, 이 골격을 두 번째 전극 LCO 양극에 거는 일은 Chapter 2 가 맡는다.

$(RT/F = 25.6926$  mV @298.15 K). 구현의 기본 상수는 레저시  $R=8.314 \cdot F=96485.0$  이라 25.6912 mV 를 내며 (표시 25.691 mV, 본문값과 마지막 자리에서 어긋남), CODATA 값은 `use_si_constants()` 로 *opt-in* 한다 — 상수를 즉시 교체하면 v1.0.24.1 대비 모든 수치가 바뀌어 골든 bit-exact 계약(부록 B)이 깨지기 때문이다. 물리적으로는  $5 \times 10^{-5}$  상대차라 아래 (b)–(e) 의 결론·표시 자리는 영향이 없다.

## Part T — 흑연 열특성: 엔트로피 분해와 가역 발열

여기까지가 흑연  $dQ/dV$  한 곡선을 그리는 계산 사슬이었다. 이제 같은 전극·같은 입력에서 곡선 대신 열을 뽑는다 — 전이별 반응 엔트로피  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  가 어디서 오는지(배치·진동·전자 세 분포), 그리고 그것이 가역 발열  $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$  로 어떻게 조립되는지다. 앞 파트의 전하 보존 반전 (1.40)·평형 중 (1.76)·폭 서식 (§1.5) 이 그대로 입력으로 들어온다.

### 서 — 엔트로피의 통계적 기초

Part I 는 흑연 음극의 한  $dQ/dV$  곡선을, 전이별 평형 중심 전위  $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$  (§1.3 의 평형 중심 전위) 위에 세운 평형 종과 그 위에 얹힌 동역학 꼬리로 설명했다. 그 곡선의 평형 골격에는 이미 한 가지 “열”이 잠겨 있다. 평형 중심의 온도 의존  $\partial U_j/\partial T$  인데, 열역학 1·2법칙은 이 기울기를 곧장 반응 엔트로피로 환산한다. 그리고 반응 엔트로피야말로 전지가 충방전하며 흡수·방출하는 가역(엔트로피) 발열의 원천이다. 본 파트의 일은 이 잠긴 열을 끄집어내어 정량화하는 것이다. 그 작업을 본 파트는 통계열역학 파트로 수행한다 — 분배함수  $Z$  에서 점유 분포  $\langle n \rangle$  을 세우고, 그 분포에서 configurational·vibrational·electronic 엔트로피를 차례로 끌어내며, 세 분포가 합쳐 만드는 닫힌식으로 섞임·겹침·히스테리시스를 닫은 뒤, 극한 계산을 거쳐 가역 발열로 매듭짓는다.

문제는, 엔트로피를 “ $\partial U/\partial T$  를 측정하면 나오는 수”로만 다루면 그 모양을 이해할 수 없다는 데 있다. 흑연 하프셀의 측정 엔트로피 계수  $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$  는 SOC(state of charge)에 따라 부호를 바꾸고( $x$  작을 때 양, 클 때 음), 전이 경계마다 봉우리와 골을 만들며, 어떤 자리에서는 발산에 가깝게 치솟는다. 이 비선형 모양은 “전이마다 상수  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  를 가정”하는 것만으로는 재현되지 않는다 — 상수 값만으로는 SOC 축 위에서 봉우리·골(경계의 발산형 구조)을 만들 자유도가 없고, 부호 교차도 전이 종의 겹침 가중(그 가중 자체가 점유 분포의 산물이다 — §1.15.1)을 빌리지 않는 한 매끄러운 블렌드가 아니라 계단으로만 나오기 때문이다. 뒤에서 보듯 전이당 상수 자체는 분포 위에 없으면 유효한 근사로 판정된다 (§1.16) — 부족한 것은 상수가 아니라 그 밑의 분포다. 모양은 분포에서 온다: Li 이온이 격자 자리들에 어떻게 흩어져 앉아 있는가, 격자 진동이 포논 모드에 어떻게 분배되는가, 전도 전자가 Fermi 준위 부근에 어떻게 채워지는가. 엔트로피는 본질적으로 이 미시상태 분포의 흩어짐 척도이고, 가역 발열

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x)$$

은 한 충전상태에서 다른 충전상태로 넘어갈 때 이 분포를 재배열하면서 주고받는 열이다. 곧  $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$  의 모양을 이해하려면, 그 밑에 깔린 점유 분포를 명시적으로 세워야 한다.

이 때문에 본 파트는 분포를 결론으로 인용하는 대신 본체로 전개한다. 출발점은 단일 격자 자리의 분배함수  $Z$  이고 (§1.11), 거기서 점유 분포  $\langle n \rangle$  을 얻는데 이것이 바로 Part I §1.5 의 logistic 평형 점유의 통계역학적 기원임을 보인다. 점유 분포에서 Boltzmann–Shannon 엔트로피  $S_{\text{config}} = -R \sum p \ln p$  가 나오고 (§1.12), 같은 분포 언어로 격자 진동(포논 Bose–Einstein)과 전도 전자(Fermi–Dirac)의 엔트로피를 더한다 (§1.13). 진동 항이 남기는 온도 편차는 전이 중심을 온도로 확장하는 Einstein 모드 보정으로 따로 닫고 (§1.14), 세 분포가 합쳐져 측정  $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$  의 모든 모양 — 봉우리 겹침, 봉우리 내부 발산, 히스테리시스 분기 — 을 만든다 (§1.15). 극한과 코너에서 분포 식을 계산하고 (§1.16), 가역 발열의 에너지 수지를 세운 뒤 (§1.17), 계산용 종합식과 한 계산에

제로 실전 수치를 단는다 (§1.18). 마지막으로 다운도 측정에서 입력을 얻는 방법론과 남은 한계를 밝힌다 (§1.19). 이 통계열역학 사슬(분배함수→점유 분포→configurational·vibrational·electronic 엔트로피→단히식→극한→가역 발열)이 본 파트의 골격이다. 사슬을 한눈에 적으면

$$\underbrace{Z}_{\S 1.11} \rightarrow \underbrace{\langle n \rangle = \text{점유 분포}}_{\S 1.11} \rightarrow \underbrace{S = -R \sum p \ln p}_{\S 1.12-1.14} \rightarrow \underbrace{\frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x) = \frac{\Delta S(x)}{F}}_{\S 1.15-1.16} \rightarrow \underbrace{\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}}_{\S 1.17-1.18}$$

이고, 각 화살표는 점프 없이 분포에서 유도된다. 이 사슬이 본 파트 전체의 목차 설계 앵커다 — 이후 모든 절은 이 다섯 마디 중 하나를 여는 일이며, 봉우리 중심에서 발열까지 가는 부호는 한 자리도 라벨이 아니라 식이 정한다.

**주의. 범위 — 코인 하프셀 단독.** 본 파트는 단일 전극(흑연 *vs.* Li 금속)의 하프셀  $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 와 그 가역 발열만 다룬다. 전셀 합성  $\partial U_{\text{cell}}/\partial T = \partial U_{\text{cat}}/\partial T - \partial U_{\text{an}}/\partial T$  (양극–음극 차감)는 범위 밖이다 — 본 파트의 분포는 한 전극의 점유 분포이며, 전셀은 두 전극의 이 양을 부호까지 맞추어 합성해야 하기 때문이다. 주 사례는 흑연 음극 하프셀이고, LCO (LiCoO<sub>2</sub>)의 전자 엔트로피 항은 분포 언어의 한 사례로만 포함한다(그 상세 전개는 Chapter 2 §2.5).

## 1.11 격자기체 분배함수에서 점유 분포로

통계역학에서 한 계의 모든 평형 열역학량은 분배함수에서 나온다. 흑연 격자에 Li 이온이 삽입되는 문제는 격자기체(lattice gas)로 모형화된다 [29, 30]: 결정 안에 동등한 삽입 자리들이 있고, 각 자리는 비어 있거나(에너지 0) Li 하나가 점유한다(에너지  $\varepsilon_0$ ). 자리들은 전해질을 통해 Li 저장조(상대극 Li 금속)와 평형을 이루므로, 전기화학 퍼텐셜  $\mu$ 가 고정된 대정준(grand-canonical) 문제다. 이 절은 그 분배함수를 세우고, 거기서 점유 분포  $\langle n \rangle$ 을 끌어낸 뒤, 그것이 Part I가 이미 쓰고 있던 logistic 평형 점유의 기원임을 보이고, 자리 사이 상호작용을 켜 다자리 평균장(Bragg–Williams, §1.11.3)으로 절을 단는다. 이 유도의 통계역학 배경(ensemble·Gibbs 인자·화학퍼텐셜  $\mu$ 의 의미)은 Part 0(통계역학 기초, §1.2)가 처음부터 자세히 세웠다 — 여기서는 발열 논의에 필요한 최소 사슬만 자기완결로 다시 놓는다.

### 1.11.1 단일 자리 대정준 분배함수

자리 하나를 분리하여 살펴본다. 두 미시상태 — 빈 자리( $n = 0$ , 에너지 0)와 점유( $n = 1$ , 에너지  $\varepsilon_0$ ) — 의 대정준 분배함수는, 각 상태에 Gibbs 인자  $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n}$ 을 곱해 더한 것이다( $\beta = 1/k_B T$ ):

$$\Xi_1 = \sum_{n=0,1} e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n} = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}. \quad (1.105)$$

자리의 평균 점유는 정의상 두 상태의 확률 가중 평균, 곧 분배함수에 대한 로그 미분이다. 분자에 점유 상태의 Gibbs 인자를, 분모에  $\Xi_1$ 을 놓아 정리하면

$$\langle n \rangle = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{\Xi_1} = \frac{e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}} = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}, \quad (1.106)$$

가 되는데, 마지막 등식은 분자·분모를  $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}$ 로 나눈 것이다. 이  $\langle n \rangle$ 은 자리가 채워질 확률  $p_1$  그 자체이고, 빈 확률은  $p_0 = 1 - \langle n \rangle$ 이다. 식 (1.106)은 구조상 *Fermi–Dirac* 함수와 동형이다 —



자리당 2-상태(채움/빔)가 전자 준위(state)의 점유/공위와 같은 대수 구조를 낳으며, 다른 점은 “입자”가 페르미온 전자가 아니라 Li 이온이고, 준위 에너지  $E$  자리에  $\varepsilon_0$  이 앉아 지수 인자가  $\varepsilon_0 - \mu$  로 읽힌다는 것뿐이다. 이 동형이 뒤에서 electronic 엔트로피 (§1.13)를 같은 분포 언어로 받는 근거가 된다.

기호와 엄밀성에 관한 두 가지를 밝혀 둔다. 첫째,  $\varepsilon_1$  은 자리 1개의 대정준 분배함수이며 Part 0 의 단일 자리 대정준 분배함수 (§1.2.2)와 동일한 표기다 — canonical 분배함수와는 기호부터 구분한다. 둘째, 점유된 이온이 자리 우물 안에서 갖는 진동 등 내부 자유도의 분배함수  $q(T)$  까지 포함한 엄밀 유도는 Part 0 의 유효 자리 자유에너지 유도 (§1.2.2)가 단았다 — 그 결과는  $\varepsilon_0$  을 유효 자리 자유에너지  $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon_0 - k_B T \ln q(T)$  로 대체하는 것뿐이고 logistic 함수형은 불변이므로, 본 파트 이하의  $\varepsilon_0$  은 그 흡수를 마친 유효값으로 읽는다. 그 내부 자유도의 자유에너지 몫  $f_{\text{int}} = -k_B T \ln q(T)$  를 온도로 미분한 자리당 엔트로피  $s_{\text{int}} = -\partial f_{\text{int}}/\partial T = k_B \partial(T \ln q)/\partial T$  (선도항  $+k_B \ln q(T)$ ) 가, 곧 §1.13·§1.14 의 vibrational 엔트로피 몫의 단일 자리 원형이다(Part 0 의 같은 자리당 엔트로피, §1.2.2 식 (1.21)). 온도가 오르면 이 엔트로피가 커지는 방향이며, 이는 뒤의 고온 극한  $S_{\text{vib}} \rightarrow R[1 + \ln(T/\theta_{E,j})]$  (§1.14)의 증가 거동과 부호가 합치한다.

### 1.11.2 전기화학 퍼텐셜과 Part I logistic 의 기원

이제 화학을 넣는다. Li 가 자리에 들어가는 전기화학 반응의 전기화학 퍼텐셜은 셀 전위에 선형으로 묶인다:

$$\mu = \mu^0 - sF(V - U_j), \quad (1.107)$$

여기서  $V$  는 (평형) 전극 전위,  $U_j$  는 그 전이의 표준(중심) 전위,  $F$  는 Faraday 상수,  $s(=+1)$  는 본 장의 유도 전용 고정 부호다.<sup>7</sup> 전위가 오르면 ( $V > U_j$ ) Li 의 전기화학 퍼텐셜이 낮아져 자리에서 빠져나가므로, 점유  $\langle n \rangle = \theta$  는  $V$  에 따라 감소한다. 식 (1.107) 의  $\mu$  는 몰 화학퍼텐셜이고 식 (1.106) 의 지수  $\beta(\varepsilon_0 - \mu)$  는 자리당이므로, 후자의 분자·분모를  $N_A$  배 해 몰 척도로 맞춘다: 분자는  $N_A \varepsilon_0 - N_A \mu$  인데  $N_A \varepsilon_0 \equiv \mu^0$  (자리 에너지의 몰 환산이 기준 화학퍼텐셜과 일치하는 전이 중심 기준)이고  $N_A \mu$  가 식 (1.107) 의 몰  $\mu$  이므로  $\mu^0 - \mu = sF(V - U_j)$  (기준  $\mu^0$  가 상쇄된다), 분모는  $N_A k_B T = RT$  다. 따라서 지수가  $\beta(\varepsilon_0 - \mu) = sF(V - U_j)/RT = (V - U_j)/w$  로 단혀, 평형 점유와 그 여집합(탈리튬화 진행률  $\xi \equiv 1 - \theta$ )은

$$\theta_{\text{eq}}(V, T) = \langle n \rangle = \frac{1}{1 + \exp[(V - U_j)/w]}, \quad \xi_{\text{eq}}(V, T) = 1 - \theta_{\text{eq}} = \frac{1}{1 + \exp[-(V - U_j)/w]}, \quad (1.108)$$

이고 여기서  $w \equiv RT/F$  다. 몰 단위 환산은  $R = N_A k_B$ ,  $F = N_A e$  로 단한다 —  $\beta(\varepsilon_0 - \mu)$  의 분자를 몰 에너지로 쓰면 지수는  $(V - U_j)/(RT/F) = (V - U_j)/w$ , 곧 몰 척도에서  $F/RT = 1/w$  이고, 자리당  $\beta = 1/k_B T$  그대로는  $\beta F = N_A/w$  다. 곧 점유  $\theta$  는  $V$  에 감소하는 logistic, 탈리튬화 진행률  $\xi = 1 - \theta$  는  $V$  에 증가하는 logistic이며, 후자가 정확히 §1.5 의 전이별 logistic 평형 중(그 절의 평형 진행률  $\xi_{\text{eq}}$ )이다( $\xi \rightarrow 1$  고전위·Li 희박,  $\xi \rightarrow 0$  저전위·만충).

**핵심.** Part I 의 평형 중  $\xi_{\text{eq}}$  는 현상학적 곡선맞춤이 아니라 격자기체 점유 분포의 여집합(탈리튬화 진행률  $= 1 - \theta$ )이다. logistic 폭  $w = RT/F$  ( $n_j=1$  서식; 일반형  $w_j = n_j RT/F$ )는 단상 전이

<sup>7</sup>부호 각주(오독방지). 이  $s=+1$  은 방향 부호  $\sigma_d$  (§1.1 — 분극·분기·꼬리 세 작용처와, 충전 진행률을 여집합 좌표로 읽는 평형 중 식 (1.69)의 logistic 인자에 쓰는  $\pm 1$ )와는 별개다. 열역학 평형 관계식 (1.107)에는 항상  $s=+1$  이 들어간다 — 식 (1.69)의  $\sigma_d$  는 좌표 교환( $s \rightarrow \sigma_d$  치환 = 여집합 교환, §1.5.3)이지 이 평형 관계의 부호 변경이 아니며,  $\sigma_d = -1$  을 식 (1.107)에 기계적으로 대입하면 점유와 진행률이 뒤바뀌는 여집합 오류가 생긴다(좋은 좌우 대칭이라 봉우리 자체는 멀쩡해 보여 오류가 잠복한다).

( $\Omega_j \leq 2RT$ )에 한해 평형 등온선이 정하는 검증 가능한 평형 예측이고(이상 극한은 단일 자리 분배함수 (1.105)의  $RT/F$ , 상호작용이 있으면  $\Omega$ 가 폭을 바꾸되 그 값 역시 평형 등온선이 결정한다 — §1.11.3), 두-상 전이( $\Omega_j > 2RT$ ; 흑연 *staging*에서 실측 *plateau* 상평형 문헌이 두-상으로 지목하는  $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$  [1, 2] — 문턱 부등식 자체는 전이 실명을 가르지 않는다, §1.15.4 각주)에는 이 유도가 닿지 않아 폭은 현상학적 자유 피팅 파라미터가 된다. 곧  $w_j$ 는 값과  $T$ -의존 함수형의 두 층위에서 이중지위를 가지며, 그 상세는 폭의 이중지위 (§1.15.4)와 파생  $A$  전제 명시 (§1.15.1)가 다룬다. 표기:  $\theta = Li$  점유율(만층에서 1),  $\xi = 1 - \theta =$  탈리튬화 진행률(회박에서 1); 둘은 같은 점유 분포의 두 이름이다. 본 파트는 이 분포를 결론이 아니라 출발점으로 삼아 엔트로피를 쌓는다.

$\xi = 1 - \theta$ 와 전위의 관계를 뒤집으면, 곧 점유  $\theta$ 의 Nernst 관계  $V = U_j + (RT/F) \ln[(1 - \theta)/\theta]$ 에  $\theta = 1 - \xi$ 를 대입하면

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi}, \quad (1.109)$$

이 되는데, 이 *Nernst* 형 로그항이 뒤에서 configurational 엔트로피의 부분물 형태로 다시 나타난다 (§1.12). 식 (1.109)의  $\ln[\xi/(1 - \xi)]$ 가 단순한 곡선맞춤이 아니라 점유 분포의 엔트로피에서 온다는 것이 이 장의 첫 매듭이며, 그 매듭을 다음 절이 명시적으로 푼다.

### 1.11.3 다자리 평균장 — Bragg–Williams 와 상호작용

실제 격자에서는 자리들이 독립이 아니다. 점유된 이웃 자리는 다음 Li의 삽입 에너지를 바꾼다(정전 반발, 탄성 변형, 전자 구조 변화). 이 상호작용을 평균장으로 다루는 것이 Bragg–Williams 근사다 [30, 3]. 점유율  $\theta \in [0, 1]$ (자리당 평균 점유, 거시적으로  $\langle n \rangle$ 과 같음)의 자유에너지를, 이상 격자기체의 섞임 항에 상호작용 항을 더해 적으면

$$g(\theta) = g_0 + RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega \theta(1 - \theta), \quad (1.110)$$

이고, 우변 둘째 항이 혼합(섞임) 엔트로피(곧 §1.12; Part 0의 섞임 엔트로피 (§1.2.3 식 (1.23))와 같은 양), 셋째 항이 regular-solution 형 혼합 엔탈피다 — 상호작용 모수  $\Omega > 0$ 은 같은 종끼리 뭉치려는 인력(상분리 경향),  $\Omega < 0$ 은 교대 정렬(규칙화) 경향을 뜻한다. 평형 전위는  $\theta$  1몰 삽입당 자유에너지 변화  $\partial g / \partial \theta$ 를 전위로 환산한 것이므로, 식 (1.110)를 미분하면

$$V_{eq}(\theta) = U_j - \frac{RT}{F} \ln \frac{\theta}{1 - \theta} - \frac{\Omega}{F} (1 - 2\theta), \quad (1.111)$$

가 되어, 식 (1.109)의 이상 격자기체에 상호작용 항  $-\Omega(1 - 2\theta)/F$ 가 더해진다. 이 상호작용의 열역학적 결과는 상분리 임계다.  $\Omega$ 가 임계값을 넘으면 평형 등온선이 비단조가 되어 분포가 쌍봉(bimodal)으로 갈리며 상분리(plateau)가 일어난다. 임계 조건은 등온선 기울기가 처음 0이 되는 곳, 곧 식 (1.111)를  $\theta$ 로 미분한

$$\frac{dV_{eq}}{d\theta} = -\frac{RT}{F} \frac{1}{\theta(1 - \theta)} + \frac{2\Omega}{F}, \quad \theta = \frac{1}{2} \text{에서 } \left. \frac{dV_{eq}}{d\theta} \right|_{1/2} = \frac{2\Omega - 4RT}{F}, \quad (1.112)$$

이 중앙  $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 0이 되는  $\Omega = 2RT$ 다.  $\Omega \leq 2RT$ 면 등온선이 단조(균질 고용체 — 등호에선 중심 기울기 0),  $\Omega > 2RT$ 면 중앙에서 기울기가 양으로 뒤집혀(불안정) 상분리한다. 이 임계  $\Omega = 2RT$ 는 §1.4(히스테리시스)의 spinodal 조건과 같은 열역학이며, §1.16에서 핵심 코너로 다시 나온다. 상호작용이 평형을 정하는 이 결과를 손에 쥐고, 다음 절은 같은 분포에서 엔트로피

자체를 끌어낸다.

## 1.12 점유 분포에서 configurational 엔트로피로

앞 절은 점유 분포  $\langle n \rangle = \theta$  를 세우고 그 여집합  $\xi = 1 - \theta$  가 Part I 의 평형 중임을 보였다. 이제 그 분포에서 엔트로피를 끌어낸다. 한 자리가 점유될 확률  $\theta$ , 빌 확률  $1 - \theta$  인 베르누이 분포의 흠어짐이 곧 configurational 엔트로피이고, 그 부분물 형태가 봉우리 내부  $\partial U_{oc}/\partial T$  의  $x$ -의존을 낳는다는 것을 이 절이 유도한다. 문헌 흑연 측정과의 정합으로 절을 닫는다 (§1.12.4).

### 1.12.1 $S_{\text{config}}$ 와 부분물 형태

한 자리가 점유될 확률  $\theta$ , 빌 확률  $1 - \theta$  인 베르누이 분포의 정보 엔트로피 (Boltzmann-Shannon 엔트로피)는, 두 확률에 각각  $-\ln p$  를 곱해 더한 것을 자리 1몰당으로 환산한 값이다:

$$S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] . \quad (1.113)$$

이것은 Bragg-Williams 자유에너지 (1.110) 의 둘째 항을  $-T$  로 나눈 것과 정확히 일치한다 ( $g$  의 엔트로피 부분이  $-T S_{\text{config}}$  다). 곧 §1.11.3 에서 자유에너지로 도입한 혼합 항이, 점유 분포의 엔트로피로서 독립적으로 유도된다 — 자유에너지 모형과 분포 통계가 같은 식으로 만나는 지점이다.

가역 발열에 들어가는 것은  $S_{\text{config}}$  자체가 아니라  $Li$  1몰 삽입당 엔트로피 변화, 곧 부분물량이다. 식 (1.113) 를  $\theta$  로 미분하면,  $\theta \ln \theta$  항이  $\ln \theta + 1$  을,  $(1 - \theta) \ln(1 - \theta)$  항이  $-\ln(1 - \theta) - 1$  을 주어 상수  $\pm 1$  이 상쇄되고

$$\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R [\ln \theta + 1 - \ln(1 - \theta) - 1] = -R \ln \frac{\theta}{1 - \theta}, \quad (1.114)$$

가 남는다. 이 부분물 형태가 이 장의 중심 결과 중 하나이며, 다음 소절이 이것을 전위의 온도 미분과 잇는다.

### 1.12.2 온도 미분 $\partial V/\partial T|_{\xi}$ — $w$ 에 담긴 config

식 (1.114) 를 식 (1.109) 의 logistic 역함수와 나란히 두면 두 식이 같은 로그 구조를 공유함이 드러난다. 식 (1.109) 를  $T$  로 미분하면 (우변 첫 항  $U_j$  가  $\partial U_j/\partial T$  를, 둘째 항의 계수  $RT/F = w$  가 명시적  $T$ -의존을 준다)

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \implies \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_{\xi} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{1}{F} \frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} \Big|_{\theta=1-\xi}, \quad (1.115)$$

임을 얻는다. 첫 항은  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$  이고, 둘째 항은  $w = RT/F$  의 명시적  $T$  의존이 낳는다 — 점유  $\theta = 1 - \xi$  에서  $\partial S_{\text{config}}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi} = -R \ln[(1 - \xi)/\xi] = +R \ln[\xi/(1 - \xi)]$  이고,  $Li$  삽입이 점유를 늘리는 방향이라 부호가  $+$  로 맞물린다. 계수  $R/F$  는 자리당  $n_j=1$  서식이며 전이별 일반형은  $n_j R/F$  다 (후술 §1.15.1 식 (1.125)). 곧 Part I 의 logistic 폭  $w = RT/F$  가 이미 부분물 configurational 엔트로피를 담고 있었다. 봉우리 내부  $\partial U_{oc}/\partial T(x)$  의  $x$ -의존 (비선형 모양)은 새 물리가 아니라, 점유 분포의 엔트로피가  $w$  의 온도 의존을 통해 자동으로 들어온 것이다.

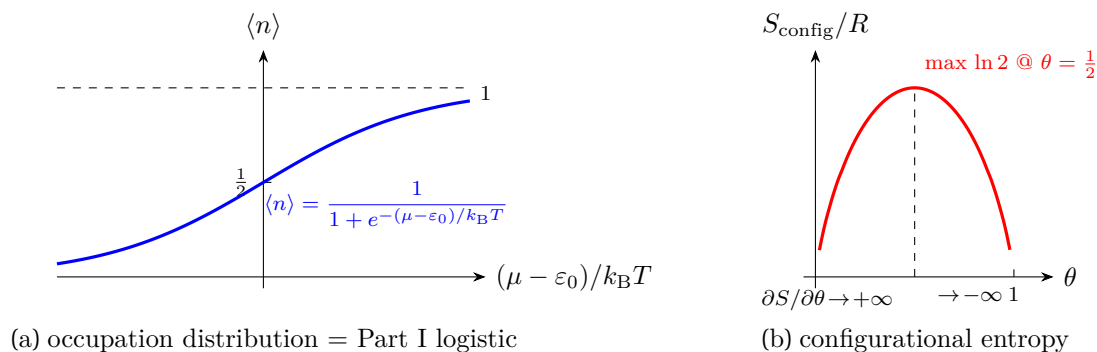


Figure 19: (a) 단일 자리 점유 분포  $\langle n \rangle$  (1.106) — Fermi-Dirac 와 동형이며 Part I logistic 평형 점유 (§1.5)의 기원. (b) configurational 엔트로피  $S_{\text{config}}(\theta)$  (1.113); 중심  $\theta = \frac{1}{2}$  에서 최대  $\ln 2$ , 부분물  $\partial S_{\text{config}}/\partial \theta = -R \ln[\theta/(1-\theta)]$  가 양 끝에서  $\pm\infty$  로 발산(붕우리 내부  $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 분포 항).

부호는 명확하다(그림 19; 규약:  $\xi =$  탈리튬화 진행률,  $\xi \rightarrow 1 =$  Li 희박,  $\xi \rightarrow 0 =$  만충):

- $\xi \rightarrow 1$  (희박, Li-poor):  $\ln[\xi/(1-\xi)] \rightarrow +\infty$  — config 부분물 엔트로피  $\rightarrow +\infty$ . 희박 한계에서 한 Li 를 더 넣을 자리의 선택지가 폭증하므로 엔트로피가 발산한다. 저- $x$  에서 관측되는 큰 양의  $\Delta S$  ( $+29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$  급)는, 모델 분해에서 이 분포(config) 발산 몫과 전이 중심 표준값 몫이 나눠 담당한다(귀속의 정량 한정은 표 3 도입 문단) — dilute 격자기체 모형이 같은 발산을 예측한다 [32](방법 수준·dilute 격자기체 한정 참조).
- $\xi \rightarrow 0$  (만충, Li-rich):  $\ln[\xi/(1-\xi)] \rightarrow -\infty$  — config 부분물 엔트로피  $\rightarrow -\infty$ . 거의 다 찬 격자에 마지막 Li 를 끼우면 배열 선택지가 사라져 엔트로피가 음으로 발산한다.
- $\xi = \frac{1}{2}$  (중심):  $\ln 1 = 0$  — config 기여 = 0. 붕우리 중심에서 부분물 config 엔트로피가 정확히 사라지고,  $\partial V/\partial T$  는 표준값  $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$  로 환원된다.

이 세 분기의 부호는 §1.11.2 의 규약  $\xi = 1 - \theta$  에 매여 있다 — 만약 점유율  $\theta$  와 진행률  $\xi$  를 뒤섞으면  $\ln[\xi/(1-\xi)]$  의 인자가 뒤집혀 희박·만충 극한의 발산 부호( $\pm\infty$ )가 반대로 읽히므로, 두 이름을 끝까지 구분해야 한다.

### 1.12.3 분해 원리 — 이중계산 금지 (파생 B 본체)

붕우리 내부의 이 분포 항이 전이 중심 표준값과 어떻게 나뉘어 세어지는지를 여기서 규정한다. 이것이 본 장에서 가장 혼한 실수(같은 물리를 두 번 세기)를 막는 원리이며, 겹침 합성에서 파생 B (§1.15.3)가 이 원리를 수치로 재확인한다.

**주의. 이중계산 금지 (파생 B).** 먼저 표기를 고정한다: 전이 중심 표준 반응 엔트로피를  $\Delta S_j^0 \equiv \Delta S_{\text{rxn},j} \equiv [\Delta S(x)]_{\xi=1/2}$  로 한 기호로 정의한다(붕우리 중심  $\xi = \frac{1}{2}$  에서 측정되는 값, 그 자리에서  $\text{config}=0$ ). 식 (1.115)의 두 항은 서로 다른 출처이며 한 번씩만 센다. 첫 항  $\Delta S_j^0$  는 중심 표준값으로 *vibrational-electronic* 의 중심 기여를 이미 흡수한 상수다. 둘째 항  $+(1/F)\partial S_{\text{config}}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi} = +(R/F) \ln[\xi/(1-\xi)]$  은 붕우리 내부의  $x$ -의존을 *logistic* 폭  $w$  가 주는 분포 항이다. *configurational* 엔트로피를  $\Delta S_j^0$  에 또 더하면 같은 물리를 두 번 세는 것이다. 측정  $\Delta S(x)$  의 올바른 분해는

$$\Delta S(x) = \underbrace{\Delta S_j^0}_{\text{중심 표준값}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi}{1-\xi}}_{\text{분포 config (w 가 줌)}} + \underbrace{\delta S_{\text{vib/e}}(x)}_{\text{전이 폭 내 급변 시만 분리}},$$

Table 3: 전이별 중심 표준값  $\Delta S_j^0 \leftrightarrow$  문헌 흑연  $\Delta S(x)$ (Allart 등 [31], 전극 분리). 이 표의  $\Delta S_j^0$  는 봉우리 중심 표준값(파생 B); 봉우리 내부  $x$ -의존은 식 (1.114) 의 분포 항이 추가로 준다.

| 전이     | $x$ 범위    | $\Delta S_j^0$ [J mol <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> ] | 문헌 $\Delta S(x)$ <sup>†</sup>                 |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4 → 3  | 0.08–0.16 | +29.0                                                 | +29 @ $x=0.08$ (양 끝, 경계 정합 — 값 등치는 도입 문단의 한정) |
| 3 → 2L | 0.16–0.25 | 0.0                                                   | 중간 하강 구간 0 → -16 (범위)                         |
| 2L → 2 | 0.25–0.50 | -5.0                                                  | 중간 하강 구간 (범위)                                 |
| 2 → 1  | 0.50–1.00 | -16.0                                                 | -16 @ $x>0.5$ (양 끝, 정확)                       |

† Part I 의 4 주요 plateau 전이와 Allart 등 [31] 의 세분 region(dilute LiC<sub>24</sub> 포함, 양 끝 reg IV/reg I)은  $x$ -경계가 1:1 이 아니다. 양 끝 (+29 @저- $x$ , -16 @ $x>0.5$ )은 경계 위치에서 정합하고(단 +29 끝점은 config 항이 겹치는 자리라 값 등치는 구간 대표 수 — 도입 문단의 한정), 중간 두 전이는  $\Delta S$  가 0 → -16 으로 하강하는 구간 안에 놓인다 (점-대-점이 아닌 범위 정합). 해상도 차이일 뿐 추세·부호는 일관.

이며  $\Delta S_j^0$  와 config 항은 결코 겹치지 않는다(중심에서 config= 0 이므로 정의가 모순 없이 맞물린다). 여기서  $\delta S_{\text{vib}/e}(x)$  는 vib·electronic 의 중심값을 빼 전이 폭 내 잔차로, 보통 0(중심값에 흡수)이고 MIT(insulator-to-metal transition) 같은 급변이 있을 때만 유지한다(§1.13.2). 이 분해는 Chapter 2 §2.4 의 반응 엔트로피 삼분해·슬롯 규칙과, 중심 표준값과 봉우리 내부 config 분포를 별개 출처로 가르는 골격을 공유한다(세 성분의 슬롯 배정 전부가 아니라 config 중심/분포 분리에 한정된 대응이다). 단 그 절의  $\Delta S_j^0$  는 vib·electronic 을 별개 슬롯으로 분리한 분해의 config 슬롯 중심값이고, 본 장의  $\Delta S_j^0$  는 세 중심을 합산 흡수한 전체 중심값이다 — 두 기호를 직접 등치하지 않는다.

#### 1.12.4 문헌 검증 — Part I staging 엔트로피와의 정합

이 분포 기반 분해가 실제 흑연 측정과 맞는지 확인한다. 문헌은 흑연 전극의 부분물 엔트로피  $\Delta S(x)$  가 저 Li 분율( $x < 0.2$ –0.25)에서 양(configurational 우세), 고 분율에서 음(vibrational 우세)이며, stage 2 → 1( $x \approx 0.5$ )에서 급변을 보인다고 보고한다 [24, 31]. 정량으로는 전극  $\Delta S \approx +29$  J mol<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup> @  $x = 0.08$ ,  $-5 \sim -16$  J mol<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup> @  $x > 0.5$  이고 [31], MCMB(mesocarbon microbead) 흑연 엔트로피 계수가 저- $x$  에서 +3 ~ 4 mV/K, ~ 0.2 SOC 부근에서 부호 반전한다고 보고된다 [36].<sup>8</sup> 표 3 는 Part I 의 전이별 중심 표준값  $\Delta S_j^0 = +29 \rightarrow 0 \rightarrow -5 \rightarrow -16$  J mol<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup> 가 이 문헌 프로파일과 부호·규모에서 정합함을 보인다 — 곧 분포 spine 의 입력 표준값이 임의 값이 아니라 측정에 닿아 있다. 단 4 → 3 행의 +29 측정점( $x=0.08$ )은 창의 끝이라 분포(config) 항이 겹치는 자리이므로, 중심 표준값과의 등치는 구간 대표값 수준의 대조다(-16@ $x > 0.5$  쪽은 평탄역 내부 대조라 이 한정이 필요 없다).

엔탈피 쪽 표준값  $\Delta H_j^0$  는 기준 차이에 주의해야 한다: Part I 의  $\Delta H_{\text{rxn},j}$  는 전이별(differential) 반응 엔탈피이고, calorimetry 의 형성 엔탈피(LiC<sub>6</sub> -13.9, LiC<sub>12</sub> -24.8 kJ/mol Li [33])는 누적(formation, graphite+Li 금속 기준)이라 직접 등치할 수 없다 — 비교하려면 형성 엔탈피의  $x$ -미분으로 환산해야 한다. 전이 중심에서는  $\Delta H_j^0 = -FU_j + FT(\partial U_j/\partial T)$  가 표준값들끼리 일관된다(예: stage 2 → 1 에서 -13.0 kJ/mol, 표값 일치). 이로써 config 분포가 흑연 측정에 닿음을 확인했으니, 다음 절은 나머지 두 분포(vibrational·electronic)를 같은 언어로 더한다.

<sup>8</sup>단위 주의: 이 +3 ~ 4 mV/K 는 본 문서 스케일( $\Delta S \approx +29$  J mol<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>  $\Rightarrow$  +0.30 mV/K)과 자릿수가 다르다. 보고 조건·단위가 다를 가능성이 있어 원문 재확인 대상[미검증]이며, 본 문서 입력값과 무관한 참고 인용이다.



## 1.13 vibrational(포논)·electronic(전자) 엔트로피 — 두 분포의 추가

configurational 엔트로피는 Li 이온의 배열 분포였다. 그러나 격자에는 또 다른 두 자유도가 있고, 각각 자신의 분포를 갖는다 — 격자 진동(포논)은 Bose–Einstein 분포를, 전도 전자는 Fermi–Dirac 분포를 따른다. 왜 포논이 Bose–Einstein 을, 전자가 Fermi–Dirac 을 따르는가 — 같은 종류 입자의 교환 대칭성과 스핀-통계 — 의 양자 배경은 Part 0 의 배경 박스(페르미온·보손과 양자 통계, §1.2.2)가 한자리에 정리했다. 이 절은 같은 분포 언어로 두 항을 세워, 세 분포가 합쳐져 한 전극의 엔트로피를 이룸을 보인다. 진동 항이 남기는 온도 편차는 여기서 문제로 짚어 두고, 그 답은 다음 절(§1.14)로 넘긴다.

### 1.13.1 vibrational 엔트로피 — 포논 Bose–Einstein 분포

삽입은 격자 상수와 결합 강도를 바꾸어 포논 스펙트럼을 이동시킨다. 진동수  $\omega_k$  의 한 조화 모드는 보손이고, 평균 점유는 Bose–Einstein 분포  $n_k = 1/(e^{\beta\hbar\omega_k} - 1)$  이다. 한 모드의 엔트로피는 그 모드의 자유에너지  $f_k = k_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_k})$  (영점 에너지  $\hbar\omega_k/2$  는  $T$ -무관이라 엔트로피에 기여하지 않아 생략한 열적 몫)에서  $S_{\text{vib},k} = -\partial f_k / \partial T$  로 얻거나, 동등하게 모드의 들뜸수 분포 (점유  $n_k$ )에 대한 정보 엔트로피로 셈한다. 앞 경로를 명시하면, 곱의 규칙이 로그 항을,  $\beta = 1/k_B T$  를 지나는 연쇄율이 점유 항을 주어  $S_{\text{vib},k} = -k_B \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_k}) + k_B \beta\hbar\omega_k n_k$  가 되고, BE 분포 정의를 뒤집은 두 항등식  $1 - e^{-\beta\hbar\omega_k} = 1/(1 + n_k)$  와  $\beta\hbar\omega_k = \ln[(1 + n_k)/n_k]$  로 로그·지수를 전부  $n_k$  로 바꾸면, 어느 경로든 같은 보손 통계의 닫힌형

$$S_{\text{vib},k} = k_B [(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k], \quad (1.116)$$

가 된다 — 여기서 첫 항은 빈 들뜸을 채우는 경우의 수, 둘째 항은 이미 들뜬 양자의 가짓수에서 온다. 전 모드에 대해 합하고 1몰당으로 환산하면 ( $R = N_A k_B$  를 써서) 격자의 vibrational 엔트로피는  $S_{\text{vib}} = R \sum_k [(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k]$  가 된다. 삽입에 따른 부분몰 변화  $\Delta S_{\text{vib}} = \partial S_{\text{vib}} / \partial x$  는 모드 연화/경화에 따라 부호가 갈리는데, 흑연에서는 고- $x$  (만충에 가까운) 영역에서 음의 *baseline* 을 만든다(Reynier 의 “second contribution”) [24]. 저- $x$ 에서는 configurational 양의 발산이 지배하고, 고- $x$ 에서 이 vibrational 음 baseline 이 드러난다. 제일원리 계산도 흑연 삽입 엔트로피를 vibrational-configurational 기여로 분해해 같은 추세를 보고한다 [34].

문헌 근거. 다리 —  $\Delta S_{\text{vib}}$  음 *baseline* 이 어느 실측 앵커인가. 식 (1.116) 가 낳는 부분몰  $\Delta S_{\text{vib}} = \partial S_{\text{vib}} / \partial x$  의 고- $x$  음 *baseline* 은 Reynier 등 [24] 의 실측 흑연 엔트로피 분해 중 vibrational “second contribution” 에 대응한다: 우리 포논 BE 항  $S_{\text{vib}}$  (식 (1.116))  $\leftrightarrow$  Reynier 의 측정  $\Delta S(x)$  를 config 발산 항과 vib 음 *baseline* 으로 가른 둘째 몫. 방법 요지 — Reynier 등은 흑연 삽입 엔트로피·엔탈피를 온도 의존 전위 측정으로 실측하고,  $\Delta S(x)$  를 configurational 발산과 vibrational 음 *baseline* 으로 갈라 해석한다. 가정 차 — Reynier 는 부호·추세를 두 기여로 정성 분해하나(전이별 정밀값 아님, tier B), 본문은 vib 항을 포논 BE 분포에서 제일원리적으로 세워(식 (1.116)) 봉우리 폭 안  $T$ -무관 상수로 중심 흡수하므로, Reynier 는 고- $x$  음 *baseline* 의 부호·스케일 앵커로만 쓰고 모드별 정량은 제일원리 포논([34]) 소관으로 넘긴다.

전이 폭 안에서  $\Delta S_{\text{vib}}$  가 천천히 변하면(흑연의 통상적 경우) 그 값은 봉우리 중심 표준값  $\Delta S_j^0$  에 흡수된다(파생 B 의 “중심 흡수”) — 표 3 의 고- $x$  음수값 ( $-5, -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ) 이 이미 vibrational 기여를 품고 있다. 다만 이 흡수는  $\Delta S_{\text{vib}}$  를 전이 폭 안에서  $T$ -무관 상수로 본 것으로, 관련 포논 모드가 고전 극한  $k_B T \gg \hbar\omega$  에 있을 때의 근사다. 준양자 영역( $k_B T \sim \hbar\omega$ )의 모드는 작은 잔여

$T$ -의존을 남기며, 다운도 곡률 피팅에서 이 vib 잔여가 electronic( $\propto T$ , §1.13.2) 신호에 소량 섞일 수 있다(Part I의 대응 한정과 동급). 이 잔여를 명시적으로 달아 electronic과 분리 식별하는 일이 다음 절(§1.14, Einstein 모드 보정)의 동기이며, 본 절은 여기서 그 문제만 세워 둔다.

### 1.13.2 electronic 엔트로피 — Fermi–Dirac 분포와 Sommerfeld 항

금속성 호스트에서는 전도 전자도 엔트로피를 진다. 전도 전자는 에너지 준위  $E$ 를 Fermi–Dirac 분포  $f(E) = 1/(e^{\beta(E-E_F)} + 1)$ 로 점유하므로 ( $E_F$ =Fermi 준위), 그 분포의 엔트로피는 준위마다 2-상태(채움/빔) 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것이다:

$$S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] dE, \quad (1.117)$$

이는 config 식 (1.113)와 같은 꼴이되 자리가 “전자 준위”라는 점만 다르다. 축퇴 극한( $k_B T \ll E_F$ )에서는 Fermi 준위 근방 폭  $\sim k_B T$ 의 좁은 창에만 기여가 남아, 표준 Sommerfeld 적분  $\int (-\partial f / \partial E)(E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$ 가 먼저 전자 비열

$$C_e = \frac{\partial U_e}{\partial T} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$$

를 달고( $g$ 를 창 안에서  $g(E_F)$ 로 동결), 이를  $S_e = \int_0^T (C_e/T') dT'$ 로 적분하면( $C_e/T'$ 가  $T'$ -무관 상수이므로 곧바로 닫혀)

$$S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F), \quad (1.118)$$

가 되어 온도에 선형이고 Fermi 준위 상태밀도  $g(E_F)$ 에 비례한다. 이 Fermi–Dirac→Sommerfeld 유도 of 전 단계 — 정보 엔트로피 합에서 비열을 거쳐  $S_e$ 까지 — 는 Chapter 2 §2.5(LCO 전자 엔트로피)의 전자 엔트로피 유도가 상술했고, 본 파트는 그 결과를 분포 언어로 확장해 받는다. 식 (1.118)의  $S_e$ 는 자리당 엔트로피다 —  $g$ 가 1/에너지 차원이라  $k_B^2 T g(E_F)$ 의 알짜 차원은  $k_B$ 이고, 몰당  $\Delta S(x)$  분해에는  $N_A k_B = R$ 로 환산해 넣는다(Part 0의 단위 환산, §1.2.3). 부분물 전자 엔트로피  $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x$ 는 삽입이  $g(E_F)$ 와  $E_F$ 를 바꾸는 방식에 달려 있다 — 부호를 정하는 것은 리튬화 일반이 아니라  $\partial g(E_F) / \partial x$ 다. 밴드 채움으로  $E_F$  부근 상태밀도가 줄어드는 호스트는  $\Delta S_e < 0$ 이고(아래 LCO가 대표), 반대 방향의 호스트도 있다(아래 흑연).

- **흑연 하프셀**: 부호와 규모가 갈린다 — 삽입 전자가  $E_F$ 를 준금속 최소점 위로 올려  $g(E_F)$ 는 오히려 커지지만( $\partial g / \partial x > 0$  방향),  $S_e \sim (\pi^2/3) k_B^2 T g(E_F)$ 의 몰 환산 규모 자체가 config·vib의 수십  $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ 에 크게 못 미쳐  $\Delta S_e \approx 0$  — 전자 항은 부호와 무관하게 소수이고 config+vib가 지배한다. 본 장 주 사례에서 electronic은 보정항이다.
- **LCO 하프셀(사례)**:  $\text{Li}_x \text{CoO}_2$ 는  $x$ 에 따라 MIT를 겪어  $g(E_F)$ 가 급변한다. 그 전이 폭 안에서  $\Delta S_e$ 가 급변하므로 중심 표준값에 흡수되지 못하고  $x$ -의존으로 유지된다(중심 흡수 근사의 예외 코너, §1.16). 이것이 electronic 항을 분포로 다뤄야 하는 이유의 본보기이며, 그 전개는 Chapter 2 §2.3·§2.5가 상술한다.

### 1.13.3 세 분포의 총괄과 반응 vs 활성화 엔트로피

**핵심.** 세 분포가 한 전극의 엔트로피를 이룬다:  $Li$  배열 (*Part 0*의 “배치”)의 격자기체 (*config*), 격자 진동의 *Bose–Einstein(vib)*, 전도 전자의 *Fermi–Dirac(electronic)*. 측정 부분물 엔트로피는 §1.12.3 이중계산 *warnbox*의 분해  $\Delta S(x) = \Delta S_j^0 + R \ln[\xi/(1-\xi)] + \delta S_{\text{vib}/e}(x)$  그대로이고, 가역 발열은 이 세 분포를 재배열하는 열이다. *config*는 봉우리 내부를 비선형으로 만들고 ( $\pm\infty$  발산), *vib*는 고- $x$  음 *baseline*을, *electronic*은 (*MIT*가 없으면) 작은 상수를 준다.

한 가지 경계를 명시하고 절을 닫는다. 가역 발열에 들어가는 것은 위 세 분포가 주는 반응(평형) 엔트로피  $\Delta S(x)$  뿐이다. 이는 §1.8-§1.9 동역학 꼬리의 활성화 엔트로피  $\Delta S_{a,j}$  (Eyring 속도  $k_j \propto \exp[-(\Delta H_a - T\Delta S_a)/RT]$ 의 prefactor 몫)와 차원은 같으나 물리가 다른 양이다. 활성화 엔트로피는 비가역 동역학을 지배하고 가역 발열에는 들어가지 않는다 — 가역 발열을 지배하는 것이 (평형) 엔트로피 계수라는 틀은 [35] 그대로이고, 반응/활성화의 구분 자체는 *Part I*의 TST 유도 (§1.8)가 닫는다. 둘을 혼동하면 가역 발열을 동역학 lag와 섞게 된다. 세 분포를 손에 쥐었으니, 진동 항의 온도 편차를 먼저 정밀하게 닫고 (§1.14), 이어서 세 분포 전체를 겹침 합성으로 조립한다 (§1.15).

## 1.14 전이 중심의 온도 확장 — Einstein 진동 보정

앞 절은 vibrational 엔트로피의 부분물( $x$ -의존) 몫을 중심 표준값  $\Delta S_j^0$ 에 흡수시키되, 준양자 모드가 남기는 온도 편차는 미결로 남겼다. 이 절은 그 편차를 파라미터 하나 — 전이  $j$ 의 Einstein 온도  $\theta_{E,j}$  — 로 명시적으로 회복해, 전이 중심  $U_j(T)$ 와 중심 엔트로피  $\Delta S_j^0$ 를 온도로 자기완결하게 확장한다. 여기서 다루는 양은  $\theta_{E,j}$ 와  $x$ 를 고정하고  $T$ 만 바꾼 편차이지, 앞 절의  $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$ 가 아니다 — 두 양의 혼동을 절 전체에서 피한다. 기호에 관해 먼저 명시해 둔다: Einstein 온도  $\theta_{E,j}$ 는 단위가 K인 온도로, 앞 절들의 점유율  $\theta$ (무차원)과 글자만 같은 전혀 다른 양이다 — 아래첨자  $E$ 가 구분자이며, 본 절 이하에서  $\theta_E$  표기는 항상 온도를 가리킨다. 이렇게 얻은 온도 확장은 이후 겹침 합성 (§1.15)과 종합식 (§1.18)이 입력  $\{U_j(T), \Delta S_j^0\}$ 를 받을 때 그 자리에 그대로 들어간다.

### 1.14.1 닫힌형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})$ 와 두 극한

준양자 모드 스펙트럼을 대표 진동수 하나로 접는다. 전이  $j$ 의 Einstein 온도를  $\theta_{E,j} \equiv \hbar\omega_{E,j}/k_B$ 로 정의하면 ( $k_B\theta_{E,j} \equiv \hbar\omega_{E,j}$ ), 무차원 비  $u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ 로 점유가  $n = 1/(e^{u_j} - 1)$ 이다(비  $u_j$ 로 적어 본 장의 리튬 함량  $x$ 와 구분한다).<sup>9</sup> 대표값의 선택 — 예컨대  $\text{LiCoO}_2$  광학 포논 50–80 meV  $\rightarrow \theta_{E,j} \approx 580\text{--}930\text{ K}$  — 은 단위 환산 예시일 뿐이며, 실제로는 대상 호스트의 실측 포논·제일원리 포논 DOS [34]로 교체하거나 다운도 곡률에서 직접 회귀한다[데이터-주도 1순위].

(a) **출발 — Einstein 단일 모드.** 식 (1.116) 유도의 모드 자유에너지  $f_k = k_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_k})$ 에서 전 모드 합을 대표 진동수 하나로 접고,  $S_{\text{vib}} = -\partial f_{\text{vib}}/\partial T$ 를 1몰당으로 적용한다. (b) **연산.** 점유  $n = 1/(e^{u_j} - 1)$ 을 모드 엔트로피 식 (1.116)에 대입하면  $(1+n)\ln(1+n) - n\ln n$ 이 정리된다. (c) **중간식.** 대수적으로  $(1+n)\ln(1+n) - n\ln n = -\ln(1 - e^{-u_j}) + u_j/(e^{u_j} - 1)$ 이므로(단일모드

<sup>9</sup>이  $u_j$ 는 앞 파트 §1.4 spinodal 근의  $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 와도 동명 별개의 절-국소 기호다 — 이 절 안에서  $u_j$ 는 오직  $\theta_{E,j}/T$ 를 뜻한다(부록 C 함정표 참조).

특수화이지 새 근사가 아니다), **(d) 박스.**

$$S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j}) = R \left[ -\ln(1 - e^{-u_j}) + \frac{u_j}{e^{u_j} - 1} \right], \quad u_j \equiv \frac{\theta_{E,j}}{T}. \quad (1.119)$$

두 극한이 이 닫힌형을 검산한다. 고전극한  $k_B T \gg \hbar \omega_{E,j} (u_j \rightarrow 0)$  에서  $-\ln(1 - e^{-u_j}) \rightarrow -\ln u_j + u_j/2$ ,  $u_j/(e^{u_j} - 1) \rightarrow 1 - u_j/2$  가 상쇄해

$$S_{\text{vib}} \rightarrow R[1 + \ln(T/\theta_{E,j})],$$

곧 앞 절이 흡수한 “ $T$ -무관 상수”는 닫힌형 (1.119) 을  $T_{\text{ref}}$  에서 한 번 평가해 동결한 값  $S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}; \theta_{E,j})$  이며(그림 20(a) 캡션과 같은 서술), 고전 극한이 유효한 모드( $\theta_{E,j} \ll T_{\text{ref}}$ ) 에서는 그 값이 위 보편식의 고온 코너  $R[1 + \ln(T_{\text{ref}}/\theta_{E,j})]$  로 줄어든다 — 단 본 절의 대표 준양자 작동점 ( $\theta_{E,j} \approx 700$  K,  $u_j \approx 2.35$ )에서는 닫힌형  $0.35R$  대 고전 코너  $0.15R$  로 갈리므로, 편차 정의 (1.120) 가 빠는 기준값은 언제나 닫힌형 쪽이다. 저온  $u_j \rightarrow \infty$  에서는  $S_{\text{vib}} \rightarrow 0$  (모든 모드가 바닥상태로 얼어붙어 흠어짐이 사라진다).

**적용 범위 — 모드 수 셈과 부호.** 위 닫힌형은 전이당 알짜 한 모드(진폭  $R$  고정)가 반응에서 생성되는 셈법이다. 실제 반응 진동 엔트로피는 생성/반응 측 모드 집합의 차이므로 모드 수가 균형이면 고전 극한에서  $T$ -편차가 정확히 0 으로 상쇄되는데 (§1.13.1 의 “고전 극한 = 상수 흡수” 전제의 근거가 이 상쇄다), 단일모드 셈법의 편차 (1.120) 는 반대로  $u_j \rightarrow 0$  에서  $R \ln(T/T_{\text{ref}})$  로 가장 크고 기울기  $\partial \Delta S_{\text{vib}}/\partial T = C_E(u_j)/T$  ( $C_E$  는 Einstein 비열,  $0 < C_E \leq R$ ) 가 항상 양이다. 곧  $\theta_{E,j}$  지정은 알짜 연화형 ( $\partial \Delta S_{\text{rxn},j}/\partial T > 0$ ) 잔여를 갖는 준양자 전이에 한해 물리적 뜻이 있고, 경화형 ( $\Delta C_p < 0$ ) 잔여는 현행 단일모드 서식이 담지 않는다(부호 있는 진폭 또는 생성/반응 두- $\theta$  차분형 일반화는 추가 후보로 남긴다).

### 1.14.2 기준온도 편차와 중심 이동 — round-trip 정합

$\Delta S_j^0$  는  $T_{\text{ref}}$  (기본 298.15 K)에서의 vib 기여를 이미 흡수했으므로, 새로 노출할 것은 그 기준 대비 편차뿐이다:

$$\Delta S_{\text{vib}}(T) \equiv S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j}) - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}; \theta_{E,j}), \quad \Delta S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0. \quad (1.120)$$

(이  $T$ -편차  $\Delta S_{\text{vib}}(T)$  는 §1.13.1 의 부분물  $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$  와 다른 양이다 —  $\theta_{E,j}$  와  $x$  를 고정하고  $T$  만 바꾼 것이다.) 이 편차를 전이 중심 표준값 자리에 가산해 유효 반응 엔트로피  $\Delta S_{\text{eff},j}(T) = \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$  로 쓴다 — 이 유효값이 이후 겹침 합성과 종합식의  $\Delta S_j^0$  자리를 대신한다.

가산을 엔트로피 항 하나로만 하면 전위 중심과의 정합이 깨진다. 단순 곱  $T \Delta S_{\text{vib}}/F$  는 미분 시 여분 항을 남기기 때문이다. 대신 모드 자유에너지 편차에서 출발해 중심 이동을 단는다. **(a) 출발 — 모드 자유에너지 편차.** 모드 Helmholtz 자유에너지 편차( $T \rightarrow 0$  에서 0 이 되는 열적 몫 — 이 기준의 편차)를

$$\Delta F_{\text{vib}}(T) \equiv RT \ln(1 - e^{-\theta_{E,j}/T})$$

로 두면( $F_{\text{vib}}$  는 몰당 Helmholtz 자유에너지 — Faraday 상수  $F$  와 구별), 엔트로피가  $S_{\text{vib}} = -\partial \Delta F_{\text{vib}}/\partial T$  로 자유에너지의 온도 미분으로 회복된다. **(b) 연산 — round-trip 요구를 적분으로.** 구하려는 중심 이동은  $\partial \Delta U_{\text{vib}}/\partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$  를 만족해야 하므로, 편차 정의 (1.120) 를

$T_{\text{ref}}$  에서부터 적분한다:

$$F \Delta U_{\text{vib}}(T) = \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{vib}}(T') dT' = \int_{T_{\text{ref}}}^T S_{\text{vib}}(T') dT' - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) (T - T_{\text{ref}}).$$

(c) 중간식 — 적분을 자유에너지로 닫기. 첫 적분은  $S_{\text{vib}} = -\partial \Delta F_{\text{vib}} / \partial T$  그대로 닫힌다:

$$\int_{T_{\text{ref}}}^T S_{\text{vib}}(T') dT' = -[\Delta F_{\text{vib}}(T) - \Delta F_{\text{vib}}(T_{\text{ref}})].$$

(d) 박스. 두 조각을 합치면 — 정적분 하한이  $T_{\text{ref}}$  라 적분 상수  $\Delta U_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0$  은 자동으로 고정되고 —

$$\Delta U_{\text{vib}}(T) = -\frac{1}{F} [\Delta F_{\text{vib}}(T) - \Delta F_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) + S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) (T - T_{\text{ref}})], \quad \frac{\partial \Delta U_{\text{vib}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{vib}}(T)}{F} \quad (1.121)$$

이다. 가산은  $U_j(T) \rightarrow U_j(T) + \Delta U_{\text{vib}}(T)$  와  $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$  둘 다이며,  $\Delta U_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0$  이 자동이라  $T_{\text{ref}}$  에서 중심·엔트로피가 보존된다. 미분 관계  $\partial \Delta U_{\text{vib}} / \partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T) / F$  가 곧  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{eff},j}(T) / F$  를 전위 항과 엔트로피 항에서 동시에 만족하는 round-trip 정합이다 — Bernardi 관계  $\partial U / \partial T = \Delta S(T) / F$  는 Kirchhoff  $\Delta C_p$  가  $U_{\text{oc}} = -\Delta G / F$  미분에서 상쇄되어  $T$ -의존  $\Delta S$  에도 근사 없이 성립하므로, 중심과 발열을 같은 자유에너지에서 짝지어 보정해야 하기 때문이다. 한편,  $\theta_{E,j}$  를 지정하지 않은 전이는 두 가산이 모든  $T$  에서 항등적으로 0 이라 이 보정 이전과 완전히 동일한 값을 낸다(하위호환 — 이 조건은 코드 개정의 회귀 기준으로 부록 D 가 명세한다).

### 1.14.3 수치 크기와 식별 — 3온도점

크기는 준양자 영역에서만 뜻이 있다. 대표값  $\theta_{E,j} = 700 \text{ K} (\approx 60 \text{ meV}) \cdot T_{\text{ref}} = 298.15 \text{ K}$  로 식 (1.121) 의 미분을 셈하면  $T = 278.15, 298.15, 318.15, 348.15 \text{ K}$  에서 각각  $\partial \Delta U_{\text{vib}} / \partial T \approx -3.74, 0, +3.70, +9.14 \mu\text{V/K}$  다 —  $T_{\text{ref}}$  를 지나며 부호가 바뀌고 온도 차가 커질수록 자란다. 식별의 근거는 함수형의 곡률이다:  $\Delta S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})$  는 기울기와 곡률이  $\theta_{E,j}$  하나에 묶인 비선형 1-모수족인 반면, electronic 잔여(식 (1.118),  $\propto T$ )는  $T$  에 선형이라 곡률이 0 이다 — 다온도  $dQ/dV$  곡률 피팅이 두 함수형을 갈라 앞 절이 우려한 혼입을 해소한다. ( $T_{\text{ref}}$  강제 영점 자체는 식별 근거가 아니다 — §1.12.3 의 흡수 규약대로면 electronic 잔여도  $T_{\text{ref}}$  기준화되어 같은 영점을 공유하고, 기준화 여부와 무관하게 선형 성분은 자유 상수  $\Delta S_j^0$  와 섞여 재정의될 뿐이다.) 단 분리에는 준양자 영역( $u_j \gtrsim 1$ )에 놓인, 서로 충분히 떨어진  $T$  점 셋 이상이 필요하다 — 2-온도 유한차분(국소 기울기만 봄)은 곡률과 선형을 합으로만 보아 축퇴하므로, “섞일 수 있다”는 것은 온도점 수 부족의 진단이지 물리적 비식별성이 아니다. 닫힌형의 두 극한과 이 강제 영점·로그 곡률은 그림 20 가 수치 곡선으로 보인다. 진동 항의 온도 편차를 이렇게 단았으니, 이제 세 분포를 겹침으로 조립할 준비가 되었다.

## 1.15 섞임과 겹침 — 분포가 만드는 $\partial U_{\text{oc}} / \partial T(x)$ 의 모양

실제 흑연 곡선은 단일 전이가 아니라 여러 전이가 겹쳐 있다. 한 SOC 에서 여러 전이의 점유 분포가 동시에 변하고 있고, 측정  $\partial U_{\text{oc}} / \partial T(x)$  는 그 분포들의 가중 합으로 나타난다. 이 절은 네



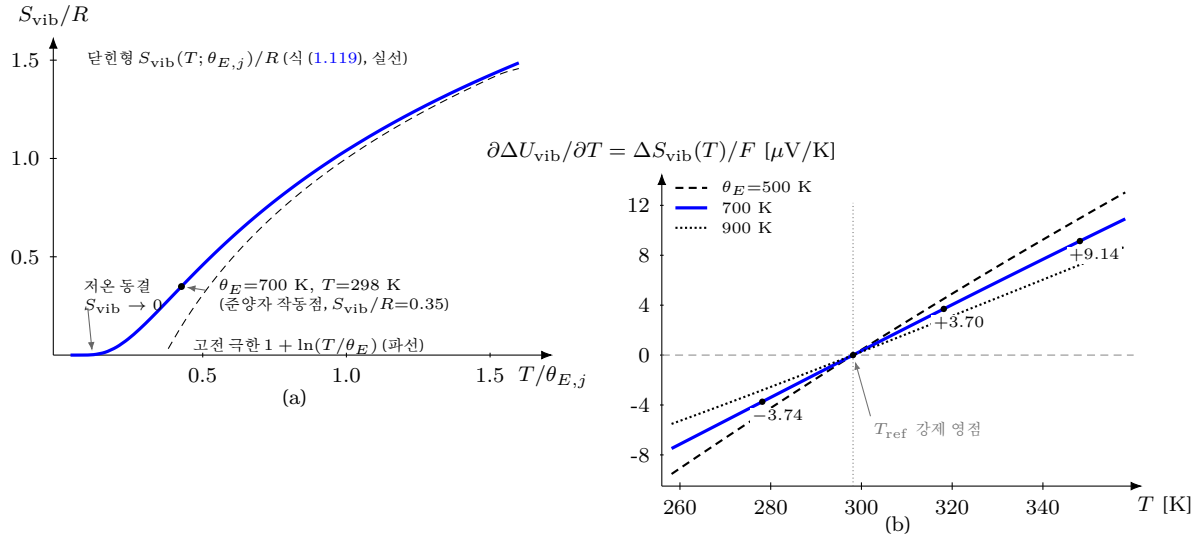


Figure 20: Einstein 진동 보정의 두 측면 — 좌표는 식 (1.119)·(1.121) 그대로의 수치 평가다. (a) 단한형  $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})/R$ : 저온( $u_j \rightarrow \infty$ )에서 0 으로 동결되고 고전 극한(파선)  $1 + \ln(T/\theta_E)$  에  $T/\theta_E \gtrsim 1$  에서 붙는다 — 앞 절이 중심 표준값에 흡수한 “ $T$ -무관 상수”는 이 곡선을  $T_{\text{ref}}$  에서 한번 평가해 동결한 값이다. ● 는  $\theta_E = 700 \text{ K}$ ,  $T = 298 \text{ K}$  의 준양자 작동점. (b) 중심 이동의 온도 기울기  $\partial \Delta U_{\text{vib}} / \partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$ :  $\theta_E = 500/700/900 \text{ K}$  모두  $T_{\text{ref}}$  의 강제 영점을 지나 로그형 곡률로 자라며, ● 는 본문 §1.14.3 의 수치( $\theta_E = 700 \text{ K}$  에서  $-3.74/0/+3.70/+9.14 \mu\text{V/K}$ ) 다. electronic 항( $\propto T$ )은 곡률이 0 이라 두 함수형이 다운도 곡률 피팅에서 갈리고, 분리에는 준양자 영역에 놓인 온도점 셋 이상이 필요하다.

파생을 차례로 닫는다: (A) 겹침 가중식을 음함수 미분으로 유도해 수치로 검증하고, (B) 봉우리 내부 config 의 이중계산을 분리하며, (C) 폭  $w_j$  의 이중지위 — 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 자유 피팅 폭 — 를 규정하고, (D) 히스테리시스 분기별  $\partial U / \partial T$  를 가역/비가역으로 가른다.

### 1.15.1 파생 A — 음함수 사슬과 겹침 가중

관측 평형 전위  $U_{\text{oc}}(x, T)$  는 모든 전이의 점유가 합쳐 전하 보존을 만족하는 음함수(implicit function)로 정의된다. 좌표 주의 — 이 식과 그림 21 의 가로축은 탈리튬화·추출 전하 분율  $\bar{x} \equiv 1 - x$  로, 본 장 다른 곳의 Li 함량  $x$  와 배향이 반대다(부호 오류가 여기서 가장 자주 난다):

$$\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q \bar{x}, \quad (1.122)$$

여기서  $Q_j$  는 전이  $j$  의 용량,  $Q = \sum_j Q_j$  다. 이 음함수는 피팅 관례가 아니라 다클래스 lattice gas 의 대정준 평균 입자수  $\langle N \rangle = \sum_j M_j \theta_j$  를 고정 함량에서  $U_{\text{oc}}$  에 대해 뒤집은 제약 반전이며, 그 유도와 유일한 근(unique root)의 fluctuation 증명( $\partial \langle N \rangle / \partial \mu = \beta \text{var}(N) > 0$ )은 Part 0 의 다클래스 소절 (§1.2.6 식 (1.40))이 닫는다. 양변을 고정  $\bar{x}$  에서  $T$  로 음함수 미분하면 (고정  $\bar{x}$  는 고정  $x$  와 같아 좌표 선택에 무관), 우변이 상수라 좌변의  $T$ -전미분이 0 이 되어야 한다. 각  $\xi_j(U_{\text{oc}}(T), T)$  에 연쇄율을 적용해 그 전미분을 풀어 적으면

$$\sum_j Q_j \left[ \frac{\partial \xi_j}{\partial U} \Big|_T \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \Big|_x + \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \Big|_U \right] = 0$$

이고, 이를  $\partial U_{oc}/\partial T|_x$  에 대해 풀면

$$\left. \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \right|_x = - \frac{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial T|_U}{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial U|_T}, \quad (1.123)$$

가 나온다. logistic 점유 (1.108) 에서 두 편미분이 닫힌형으로 나온다. 전위 미분은 곧 국소  $dQ/dV$  봉우리 (Part I 의 *peak*) 모양이다:

$$\left. \frac{\partial \xi_j}{\partial U} \right|_T = \frac{\xi_j(1-\xi_j)}{w_j} \equiv g_j(x). \quad (1.124)$$

기호 주의 — 이  $g_j(x)$  는 봉우리 가중  $[1/V]$ 으로, Part 0 의 조성 자유에너지  $g_j(\xi)$  (§1.2.4)·본 파트의 BW 자유에너지  $g(\theta)$ (식 (1.110))·상태밀도  $g(E_F)$ (식 (1.118))와 무관한 별개 기호다(g 4종 충돌). 온도 미분은 두 조각을 갖는다 — 봉우리 중심  $U_j(T)$  의 온도 이동과, 폭  $w_j(T) = n_j R T / F$  의 명시적 온도 의존이다.  $\xi_j$  가 logistic 인자  $a_j = (U - U_j(T))/w_j(T)$  의 함수이고  $\partial \xi_j / \partial a_j = g_j w_j$ ,  $\partial w_j / \partial T = n_j R / F$  임을 쓰면 ( $z_j \equiv (U - U_j)/w_j = \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ ), 연쇄율로

$$\left. \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \right|_U = -g_j(x) \frac{\partial U_j}{\partial T} - \underbrace{g_j(x) \frac{n_j R}{F}}_{w_j(T) \text{ 조각}} z_j, \quad z_j = \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j}, \quad (1.125)$$

가 된다(첫 조각은 중심 이동, 둘째 조각은 폭의  $T$ -의존).

**폭 다중도의 온도 함수화(선택 확장).** 위 둘째 조각은 폭 다중도  $n_j$  를 온도 상수로 본  $\partial w_j / \partial T = n_j R / F$  다. 잔여 폭  $T$ -의존을 담고자 다중도를 온도의 함수  $n_j(T)$  로 두면 폭이  $w_j = n_j(T) R T / F$  라 곱의 미분으로

$$\frac{\partial w_j}{\partial T} = \frac{R}{F} \frac{d[n_j(T) T]}{dT} = \frac{R}{F} \left( n_j(T) + T \frac{dn_j}{dT} \right) \quad (1.126)$$

가 되어, 식 (1.125) 둘째 조각의 계수  $n_j R / F$  가 그대로  $\partial w_j / \partial T$  로 일반화된다 — 완전식의 config 항과 가역 발열 계수 (§1.17)가 같은  $n_j(T)$  로 자기정합하게 전파된다( $n_j$  상수면  $dn_j/dT=0$  으로  $n_j R / F$  로 환원). 폭을  $n_j$ (선택적으로  $n_j(T)$ )로 피팅하는 스코프는 데이터가 정한다(본 파트는 스코프를 정하지 않는다).

### 1.15.2 파생 A(이어서) — 단순식과 완전식: 계단이 아닌 연속 블렌드

먼저 첫 조각만(중심 이동)을 (1.124)·(1.125) 와 함께 (1.123) 에 넣는다. 분모의  $\partial \xi_j / \partial U = g_j$  와 분자의  $-g_j \partial U_j / \partial T$  가 만나  $g_j$  가 남고, 겹침 가중의 중심값 식(단순식)이 닫힌다:

$$\left. \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} (x) \right|_{\text{단순식}} = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) (\partial U_j / \partial T)}{\sum_j Q_j g_j(x)} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{rxn,j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}. \quad (1.127)$$

곧 단순식의 관측 엔트로피 계수는 각 전이의  $\Delta S_{rxn,j}/F$  를 국소  $dQ/dV$  비중  $Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$  로 가중한 평균이다. 겹침 영역에서 인접한  $g_j, g_{j+1}$  둘 다 0 이 아니므로,  $x$  가 한 전이에서 다음으로 넘어갈 때  $\Delta S_{rxn,j}/F$  에서  $\Delta S_{rxn,j+1}/F$  로 연속으로 이동한다 — **계단이 아니라 연속 블렌드**다 (그림 21). 가중 분모  $\sum Q_j g_j$  가 정확히 측정  $dQ/dV (= Q \partial \bar{x} / \partial U; \bar{x}$  무차원이라  $Q$  배)이므로, 비중은 “그 SOC 에서 어느 봉우리가 활성인가”를 그대로 읽는다. (1.125) 의 둘째 조각( $w_j(T)$  의존,  $-g_j n_j R z_j / F$ )을 마저 넣으면 봉우리 내부 config 항  $+n_j R z_j / F = +n_j R \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]/F$  가 더해진 완전식이 되며 (§1.12 의 부분물 config 와 동일), 이것이 아래 수치 검증 박스의 대상이자

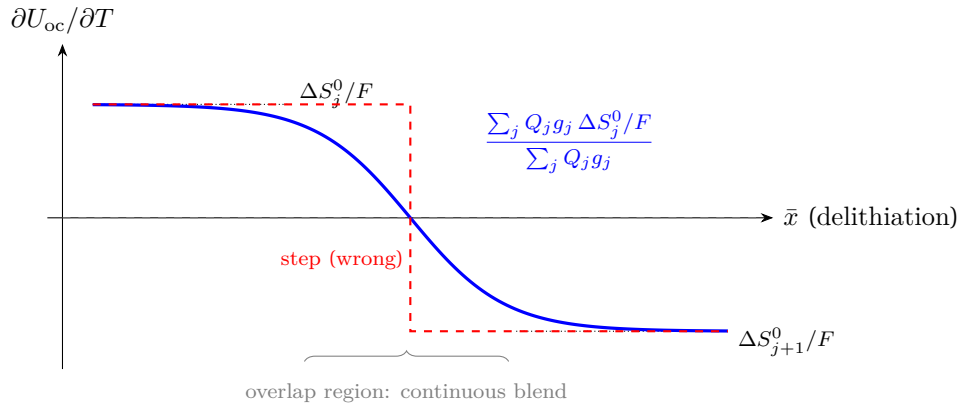


Figure 21: 겹침 가중식 (1.127) 이 만드는 연속 블렌드(파란 실선):  $\bar{x}$  가 전이  $j$  에서  $j+1$  로 넘어갈 때  $\partial U_{oc}/\partial T$  가  $\Delta S_j^0/F$  에서  $\Delta S_{j+1}^0/F$  로 국소  $dQ/dV$  비중  $Q_j g_j / \sum Q_k g_k$  에 따라 연속으로 이동한다. 계단(빨간 점선)이 아니다 — 수치 검증에서 내부 전이 경계 3 곳 모두 연속임이 확인됐다 [39]. (모식 — 부호·하강 순서는 임의다; 흑연 실제 프로파일은 탈리튬화 진행에서  $-16 \rightarrow -5 \rightarrow 0 \rightarrow +29$  로 상승 방향, 표 3.)

파생 B(§1.15.3)의 표기 기준이다.

**문헌 근거. 수치 검증(파생 A).** Part I 의 4-전이 흑연 staging 파라미터로, 유한차분(finite difference)  $\partial U_{oc}/\partial T|_x^{\text{num}} = [U_{oc}(x, T_2) - U_{oc}(x, T_1)]/\Delta T$  ( $T_1=292.15, T_2=298.15$  K)를 식 (1.127) 의 단순식(중심값  $\Delta S_j^0/F$  만)과, 그리고 봉우리 내부 config 항  $z_j n_j R/F$  ( $z_j = (U_{oc} - U_j)/w_j$ ; 검증 데이터셋은  $n_j=1$ )를 포함한 완전식과 비교했다 [39]. 결과: 완전식은 175 점 전 범위에서 유한차분값과 표시 정밀도( $\lesssim 10^{-2}$  mV/K)로 일치(절대오차  $\approx 0$  mV/K — 겹침 구간의 유한차분 대 점미분 잔차수  $\mu\text{V/K}$  급은 이 표시 정밀도 아래), 단순식은 봉우리 내부 config 항만큼 체계적으로 빗나간다(단순식 절대오차 최대 0.18 mV/K). 그 config 항 자체의 부호 있는 크기는 구간에 따라  $[-0.21, +0.14]$  mV/K 범위다. 그리드 실측 최대값 0.18 은 극값을 정확히 샘플하지 않은 결과로, 해석 상한은 0.21 이다. config 항은  $z_j$  의 로그 구조 탓에 그리드 양끝에서 계속 커지는 스펠-의존 양이므로, 이 수치들은 검증 그리드의  $\bar{x}$  스펠 기준이다 [39]. 내부 전이 경계 3 곳 모두 계단 없이 연속 블렌드(인접  $\Delta S^0/F$  사이 값을 취함)임도 확인됐다. 곧 (1.127) 의 중심값 가중에 §1.12 의 분포 config 를 더하면, 임시 계단 함수나 외부 입력 없이 측정급 비선형  $\partial U_{oc}/\partial T(x)$  가 모델 안에서 자동 생성된다.

**전제 명시(검증의 조건부).** 이 검증의  $w_j(T)$  는 열적 서식  $w_j = n_j RT/F$  ( $\partial w_j/\partial T = n_j R/F$ ) 하에서 평가된 것이다. 이 서식은 다중도  $n$  을 갖는 전이에 적용되며 검증 데이터셋은 전 전이가 해당하고, 폭  $w$  를 직접 지정한 전이는  $T$ -동결 폭이다 — 자유 피팅되는 것은 진폭  $n_j$ (또는 기준온도의  $w$ )뿐이고  $T$ -의존의 함수형은 고정이다. 따라서 완전식의 표시-정밀도 일치는 그 서식이 낳는  $w(T)$  조각(식 (1.125) 둘째 항)까지 포함한 해석 미분 사슬의 자기일관성 검증이지, 두-상 전이의 물리적 폭이 실제로  $n_j RT/F$  로 스케일한다는 실측 검증이 아니다. 만일 실측  $w_j$  가  $T$ -동결에 가깝다면 단순식/완전식의 우열이 뒤집히는  $\sim 0.3$  mV/K 급 차이가 남는다(검증 그리드의 config 항 스케일 — 최대 0.21, 양끝 폭 0.35 mV/K — 의 대표 규모). 두-상  $w_j$  의 지위(현상학적 자유 폭)는 파생 C(§1.15.4)가, 그  $T$ -의존 함수형까지 자유화할지는 다운도 실데이터 round-trip(§1.19 한계)이 확정한다.

### 1.15.3 파생 B — 봉우리 내부 config 와 이중계산 분리

완전식이 유한차분값과 정확히 일치하는 이유는, §1.12 에서 유도한 부분물 config 항이 정확히 빠진 “단순식의 잔차”이기 때문이다. 단일 전이가 지배하는 영역에서 식 (1.115) 가 그대로 성립한다:

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) \approx \frac{\Delta S_{rxn,j}}{F} + \frac{n_j R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (\text{단일 전이 지배}). \quad (1.128)$$

여기서 두 항이 별개 출처임을 다시 확인한다(파생 B):  $\Delta S_j^0/F$  는 봉우리 중심 ( $\xi_j = \frac{1}{2}$ , config= 0) 의 표준값,  $n_j R \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]/F$  는 봉우리 내부의 분포 항이다. 수치 검증에서 “완전식 - 단순식” 차이가 바로 이 config 항이었고(부호 있는 크기  $[-0.21, +0.14]$  mV/K), 이는 §1.12.3 의  $+(1/F)\partial S_{config}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi}$  와 같은 식이다. **config** 를  $\Delta S_j^0$  에 또 더하면 이중계산이며, 올바른 분해는 “중심 표준값 + 분포 config”로 정확히 한 번씩 센다. 봉우리 중심에서 config= 0 이므로 두 정의가 모순 없이 맞물린다 — §1.12.3 가 세운 원리를 수치가 재확인한 것이다.

### 1.15.4 파생 C — 폭 $w$ 의 이중지위: 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 피팅 폭

앞 두 파생(A·B)은 봉우리 폭  $w_j$  를 주어진 입력으로 받아 모양을 단았다. 그  $w_j$  자체를 정하는 것은 전이 종류이며, 이 이중지위가 본 절의 전부다.

- 단상( $\Omega \leq 2RT$ , 균질 고용체): 평형 등온선 (1.111) 이 단조이고, 봉우리 폭은 평형이 예측하는 검증 가능한 양이다 — 이상 극한에서  $w = RT/F$ (상호작용이 있으면  $\Omega$  가 중심 기울기를 조정해 폭을 바꾸지만, 그 값 역시 평형 등온선이 결정한다).
- 두-상( $\Omega > 2RT$ , 상분리; 흑연 staging 의 두-상 전이  $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$  가 여기 속함):<sup>10</sup> 평형 단일 입자의 등온선은 plateau 안에서 거의 델타(한 전위에 집중)다 — 평형은 폭을 거의 0 으로 예측한다. 그런데 실측  $dQ/dV$  봉우리는 유한 폭의 종이며, 이 폭은 평형이 정하는 양이 아니라 다음 세 broadening 출처가 정하는 현상학적 자유 피팅 파라미터다: (i) 유한 율속의 비대칭 꼬리(단일 입자라도 유한 전류면 표면 SOC 가 평형을 뒤따라 과전압  $\eta$  가 봉우리를 한쪽으로 민다), (ii) 평탄역 가장자리의 내재 단상 폭( $\sim RT/F$ , 전류 무관), (iii) 집합 다입자 통계역학 — 전극은 입자 앙상블이고, 입자마다 겹보기 전위 apparent- $U = U_j + \eta$  가 분포( $\rho(U_{app})$ , 결정성·국소환경 차에서 오는 비-크기 heterogeneity)하여 평형 델타를 종으로 편다. 이 **broadening** 의 상세 물리(세 출처의 분해·앙상블 forward 통계평균·역산 금지·입자 크기 효과 배제)는 §1.7 의 broadening 절에서 전개하며, 본 파트는 그 결과만 받아  $w_j$  의 지위를 규정한다.

따라서 본 파트 종합식(§1.18)에 들어가는  $w_j$  는, 흑연 두-상 전이에 대해 평형 예측  $nRT/F$  를 그대로 믿을 값이 아니라 다운도  $dQ/dV$  피팅으로 얻는 현상학적 자유 폭이다. 임계  $\Omega = 2RT$  의 열역학(상분리 plateau 의 발생)은 §1.11.3·§1.16 가 다루고, 그 plateau 가 실측에서 유한 종이 되는 이유(=폭의 기원)는 위 broadening 이 다룬다 — 둘은 다른 질문이다.

주의.  $w$  는 종의 폭이지 “상호작용이 좁힌 델타”가 아니다 — 두-상 실측 봉우리는 평형 델타에서 *broadening* 으로 넓어진 종이므로(좁아진 것이 아니다), “상호작용  $\Omega$  가 봉우리를 좁혀 델타로 만든다”는 서술은 실측 방향과 반대이며 본 장은 두-상 봉우리의 폭에 그런 유효-폭 축소식

<sup>10</sup>어느 전이를 두-상으로 특징짓는지는  $\Omega > 2RT$  문턱 자체가 가르지 않는다 — Part I 의 초기값  $\Omega$  는 네 전이가 모두 임계  $2RT \approx 4957$  J/mol 를 넘어서므로,  $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$  을 두-상으로 지목하는 근거는 문턱 부등식이 아니라 실측 plateau-staging 문헌의 상평형이다 [1, 2](Part I 의 staging 초기값·post-fit 기준). 문턱은 “상분리가 가능한가”를, 문헌 상평형은 “어느 전이가 실제로 두-상 plateau 인가”를 답한다.

( $w_{\text{eff}}(\Omega) = w(1 - \Omega/2RT)$  류)을 쓰지 않는다(두-상 폭 한정 재도입 금지).  $\Omega$ 의 역할은 *plateau*(상 분리)를 만드는 임계 조건이며 (§1.11.3), 그 *plateau* 위의 유한 폭은 평형이 아니라 현상학적 피팅이 정한다. (상호작용 엔트로피  $\propto \partial\Omega/\partial T$  같은 2차 항이 있을 수 있으나, 흑연에서 소수이고 본 장 범위 밖이다.)

조준 좁힘(v1.0.25) — 이 금지는 두-상 폭에 대한 것이며, 단상( $\Omega < 2RT$ ) 영역에서 같은 조합  $w_{\text{eff}} = (RT/F)(1 - \Omega/2RT)$ 가 등온선 중심 높이  $Q/(4w_{\text{eff}})$ 의 국소 지표로 쓰이는 것은 별개다 — 그 높이 항등은 단상에서 정확하다(Part I §1.5.4, Chapter 3의 단상 해석도 같은 용법). 다만 그 경우에도  $w_{\text{eff}}$ 를 폭으로 읽는 것은 여전히 금지다: 단상 반높이 폭은  $\lambda \equiv 1 - \Omega/2RT$ 에 비례하지 않고  $\lambda^{3/2}$ 로 닫히므로( $\lambda \rightarrow 0$ 에서  $\lambda$  읽기는  $\approx 0.66/\sqrt{\lambda}$  배 과대 — Part I 식 (1.72)), 높이 지표와 폭은 서로 다른 스케일을 탄다. 곧 금지 대상은 “ $w_{\text{eff}}$ 를 폭으로 쓰는 것”과 “그것으로 두-상 델타 까지 연속 보간하는 것” 두 가지이고, 단상 높이 용법은 허용이다.

### 1.15.5 파생 D — 히스테리시스: 충/방전 분기와 가역/비가역 분리

흑연 OCV(open circuit voltage)는 충방전 사이 경로의존이다(준안정 stacking, stage II 무질서) [38]. 분기별 전이 중심을  $U_j^{(d)} = U_j + \frac{1}{2}\sigma_d \Delta U_j^{\text{hys}}$ 로 두면 —  $\sigma_d$ 는 탈리튬화 부호 (§1.4의 분기 중심식 (1.57)에서  $\gamma_j h_{\eta,j}=1$ 로 둔 특수형)라 흑연 라벨에서 *dis*가  $+\frac{1}{2}$ (위 가지), *ch*가  $-\frac{1}{2}$ (아래 가지)다 — 각 분기의 엔트로피 계수는 그 분기의 봉우리 모양  $g_j^{(d)}$ 로 가중된 (1.127)다:

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}^{(d)}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x)}. \quad (1.129)$$

가역 발열에 들어가는 것은 두 분기의 평균이다 — 충방전을 한 사이클 돌면 히스 중심이 상쇄되고 열역학적  $\Delta S$ 만 남기 때문이다:

$$\boxed{\frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{ch}}}{\partial T} + \frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{dis}}}{\partial T} \right)}. \quad (1.130)$$

이 상쇄는 두 분기의 봉우리 형태  $g_j^{(d)}$ 가 같다고 본 선형화 근사( $\Delta U_j^{\text{hys}} \ll w_j$ )에서 정확하다. 분기 중심이 서로 달라 같은  $x$ 에서  $g_j^{(\text{ch})} \neq g_j^{(\text{dis})}$ 이면, 겹침 가중식 (1.129)의 가중(봉우리 형태) 곡률 때문에 평균이  $\Delta U^{\text{hys}} \rightarrow 0$ 의 겹침 가중값(단일 전이 지배 영역에서는  $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$ )으로 떨어지는 것은  $\Delta U^{\text{hys}}$ 의 1차까지이고 유한  $\Delta U^{\text{hys}}$ 에선 고차 보정이 남는다 — 분기 교환이 중심 이동  $\pm \frac{1}{2} \Delta U_j^{\text{hys}}$ 의 부호를 일제히 뒤집는 홀 변환이라 평균은 이동의 짝함수이고, 따라서 남는 보정은  $O(\Delta U^{\text{hys}2})$ 부터다.

주의. 혼동 금지. 가역 발열은 분기 평균 (1.130)로, 히스 *gap*은 비가역 발열로 분리 계산한다. 히스 *gap*  $\Delta U^{\text{hys}}$  자체는 비가역 과정으로,  $\propto I \Delta U^{\text{hys}}$ 의 소산율(한 사이클당  $\propto Q_{\text{cycle}} \Delta U^{\text{hys}}$ 의 소산(*entropy production*) 열)을 만든다 — 이는 온도 미분  $\partial/\partial T$ 와 별개이며 가역 발열에 섞이지 않는다.  $\partial U^{\text{rev}}/\partial T$ 는 분포 재배열의 가역 엔트로피이고,  $\Delta U^{\text{hys}}$ 는 경로 비가역성의 소산이다. 하나의  $\partial U/\partial T$ 로 둘을 뭉뚱그리면 가역/비가역 발열을 섞게 된다(경로의존 측정 불확실도의 정량은 본 장 범위 밖, 공백으로 명시 [38]).

네 파생이 봉우리 사이 연속 블렌드·봉우리 내부 config·폭의 지위·히스 분기 평균을 각각 닫았으니, 다음 절은 이 닫힌식들이 극한에서 옳은 물리로 환원되는지 검산한다.



Table 4:  $\partial U_{oc}/\partial T(x)$  의 극한·코너 계산. 규약:  $\xi =$  탈리튬화 진행률( $\xi \rightarrow 1$  회박,  $\xi \rightarrow 0$  만충).

| 극한                                | $\partial U_{oc}/\partial T$ 거동               | 물리·검증                                                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\xi \rightarrow 1$ (회박, Li-poor) | $\text{config} \rightarrow +\infty$           | 삽입 자리 선택지 폭증; 저- $x$ 큰 양 $\Delta S(+29)$ 에 분담 기여(귀속 한정 §1.12)                                                |
| $\xi \rightarrow 0$ (만충, Li-rich) | $\text{config} \rightarrow -\infty$           | 배열 선택지 소멸; 만충 정렬의 음 부분물 엔트로피                                                                                 |
| $\xi = \frac{1}{2}$ (봉우리 중심)      | $= \Delta S_{\text{rxn},j}/F$                 | $\text{config}=0$ ; 중심 표준값 정확 회수(파생 B 일관)                                                                    |
| $\Omega \rightarrow 2RT$ (임계)     | 상분리 임계(plateau)                               | $\Omega > 2RT$ 측에서 평형 등온선 비단조화→plateau; 실측 두-상 폭은 현상학적 피팅 (§1.15.4)                                          |
| 단일 봉우리 (겹침 0)                     | $= \Delta S_{\text{rxn},j}/F + \text{config}$ | 완전식(가중식 (1.127)+config, §1.15.2; 후술 종합식 (1.132))이 단일 전이식 (1.128) 으로 환원                                       |
| 고온 ( $k_B T \sim E_F$ 근접)         | $\text{electronic} \propto T$ 우세화             | Fermi-Dirac-Sommerfeld (1.118) 는 축퇴 극한 $k_B T \ll E_F$ 전용 — 정성적 방향(전자 기여 증대)만 유효, $k_B T \sim E_F$ 에선 정량 부적용 |

## 1.16 극한과 코너(corner case) — 분포 계산과 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 상수” 근사의 타당성

단한식의 신뢰는 극한에서 옳은 물리로 환원되는지로 검증된다. 표 4 는 여섯 코너를 정리한다 — 각각 분포 식이 물리적으로 맞는 값으로 가는지 확인한다.

다섯 코너에서 분포 식이 옳은 극한으로 환원되고, 여섯째(고온) 코너는 단한식의 적용 한계를 명시한다. 특히 세 가지가 본 파트의 골격을 단는다: (i) 중심  $\xi = \frac{1}{2}$  에서  $\text{config}=0$  이라 파생 B 의 분리가 자기일관적이다; (ii) 단일 봉우리 한계에서 가중 완전식((1.127) 에 config 항을 더한 것, §1.15.2; 후술 종합식 (1.132))이 단일 전이식 (1.128) 로 환원되므로 완전식이 (1.128) 를 포함한다; (iii)  $\Omega \rightarrow 2RT$  에서 평형 등온선이 비단조로 뒤집혀 상분리 plateau 가 발생하므로, 상호작용 모형이 상전이 임계를 스스로 짚는다.

**핵심.** “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$  전이당 상수” 근사의 판정. 측정  $\partial U_{oc}/\partial T(x)$  의 비선형은 두 출처에서 자동 생성된다 — (i) 겹침 가중 (§1.15.1)과 (ii) 봉우리 내부 config 분포 (§1.12). 따라서  $\Delta S_{\text{rxn},j}(x)$  를 임의 함수로 둘 필요가 없다: 전이당 상수 표준값 + 분포만으로 측정급 곡선이 나온다. 이 근사는 중심 표준값(vib+electronic 중심)이 전이 폭 안에서 천천히 변할 때 타당하다. 예외는 그 항이 전이 폭 안에서 급변하는 경우 — 대표적으로 LCO 의 MIT 가 한 전이 안에서  $g(E_F)$  를 급변시키면  $\Delta S_e(x)$  만은  $x$ -의존으로 유지해야 한다 (§1.13.2). 흑연 하프셀에서는 electronic 이 소수라 이 예외가 거의 없고, config+중심 상수로 충분하다.

여섯 코너가 모두 옳은 극한 또는 명시된 적용 한계로 닫히므로, 본 파트가 세운 분포 식은 극한에서 자기일관적이다.

## 1.17 가역 발열 — 분포를 재배열하는 열

이제 분포에서 세운  $\partial U_{oc}/\partial T(x)$  를 가역 발열로 단는다. 이 절은 셀 에너지 수지에서 가역 성분을 분리하고 (§1.17.1), 그 부호와 “방전” 라벨의 층위를 규정한 뒤 (§1.17.2), 가역 발열을 분포 재배열의 열로 해석한다 (§1.17.3).

### 1.17.1 에너지 수지와 두 전제

전지 셀의 발열은 Bernardi-Pawlikowski-Newman 의 일반 에너지 수지 [28] 에서 가역(엔트로피)과 비가역(소산) 두 성분으로 갈린다. 단일 활물질 한계에서 총 발열률은 과전압 소산 항  $\dot{Q}_{\text{irr}}$  과 가역 엔트로피 항  $\dot{Q}_{\text{rev}}$  을 더한 것이며(각 항의 부호는 아래 underbrace 가 부호까지 포함해 정의한다), 평형 전위와 반응 엔트로피가  $\partial U_{\text{oc}}/\partial T = \Delta S(x)/F$  로 묶이므로

$$\dot{Q} = \underbrace{I(U_{\text{oc}} - V)}_{\dot{Q}_{\text{irr}} \geq 0} + \underbrace{\left(-IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}\right)}_{\dot{Q}_{\text{rev}}}, \quad \boxed{\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x)}, \quad (1.131)$$

이다( $I > 0$  방전,  $V$  단자 전압,  $U_{\text{oc}}$  평형 전위). 첫 항은 과전압 소산(2법칙상 항상 발열, Part I 의 동역학 꼬리·분극이 만드는 소산)이고, 둘째 항이 가역 발열로 부호 양방향이다. 이 축약에는 두 전제가 더 들어 있다 — Bernardi 원식의 혼합 엔탈피(농도 구배 완화열) 항은 준평형 저열(농도 균일)을, 상변화 항은 staging 열이 평형  $U_{\text{oc}}(x)$  에 이미 흡수되어 있음을 전제로 소거한 것이며, 전제가 깨지는 고율 조건에서는 두 성분 분해에 잔여 항이 남는다.

문헌 근거. 다리 — *eq:qrev* 가 어느 수지의 축약인가. 식 (1.131) 는 Bernardi-Pawlikowski-Newman 의 일반 에너지 수지 [28] 에서 두 항만 남긴 단일활물질 한계다. 항별 대응(왼쪽 본문, 오른쪽 원 수지 항):

| 본문(식 (1.131))                           | Bernardi[28] 항  | 본문 처리                        |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| $I(U_{\text{oc}} - V)$                  | 과전압 소산(반응 비가역)  | 유지                           |
| $-IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ | 반응 가역 엔트로피      | 유지                           |
| —                                       | 혼합 엔탈피(농도구배 완화) | 소거(준평형 저열)                   |
| —                                       | 상변화 항           | 소거( $U_{\text{oc}}(x)$ 에 흡수) |

방법 요지 — Bernardi 등은 셀 에너지 보존에서 전기화학 반응(가역 엔트로피 + 과전압 소산)·상변화·혼합(농도구배 완화열)·joule 발열을 모두 담은 일반 에너지 수지를 세운다. 가정 차 — 소거의 근거(준평형 저열의 농도 균일·staging 열의  $U_{\text{oc}}(x)$  흡수·고율에서의 잔여 항 부활)는 위 두 전제 문단의 서술 그대로다.

### 1.17.2 부호와 라벨 층위 — “방전( $I > 0$ )”의 충돌

라벨 층위 주의 — 여기서 “방전( $I > 0$ )”은 Bernardi 셀-수지 관례의 전기화학적 셀 방전(자발 방향  $V < U_{\text{oc}}$ ,  $\dot{Q}_{\text{irr}} \geq 0$  이 강제), 곧 흑연 하프셀에선 작동전극의 리튬화다. Part I 의 방향 라벨(흑연 하프셀 방전 = 탈리튬화,  $\sigma_d = +1$ )과 같은 단어가 반대 화학 방향을 가리키므로, 본 절의 부호는 라벨이 아니라 전류 부호  $I$  로 읽는다(충전은  $I < 0$  으로 자동 처리 — 가역 항은  $I$  에 선형이라 부호가 뒤집히고, 소산 항은  $U_{\text{oc}} - V$  가 함께 뒤집혀  $\geq 0$  이 유지된다). 이 라벨 충돌이 본 장에서 부호가 가장 크게 어긋날 수 있는 자리이며, 부록 C 의 합정표가 이 층위를 다시 정리한다.

문헌 근거. 부호 규약: 평형 전위와 반응 깃스 에너지가  $\Delta G = -FU_{\text{oc}}$  로 묶이고  $\Delta S = -\partial(\Delta G)/\partial T = +F \partial U_{\text{oc}}/\partial T$  이므로, 이를 식 (1.131) 에 대입하면 부호가 정확히 일치한다 [29, 35]. 본 장은 평형 전위  $U_{\text{oc}}$  기준  $\Delta S = +F \partial U_{\text{oc}}/\partial T$  규약으로 통일한다(전셀 조립 시 음극 묶은 부호 반전  $+IT \partial U_{\text{an}}/\partial T$  로 들어가나 본 장 범위 밖 — 상단 범위 박스 참조).

### 1.17.3 분포 재배열 열로서의 해석

식 (1.131) 의  $\Delta S(x)$  는 본 장이 세운 세 분포의 합이므로 (§1.13.3 핵심 박스), 가역 발열은 한 충전 상태에서 다른 충전상태로 넘어갈 때  $Li$  배열 분포·포논 분포·전자 분포를 재배열하며 주고받는 열이다. 부호는 식 (1.131) 가 곧장 정한다 — 방전 ( $I > 0$ )에서  $\Delta S > 0$  이면  $\dot{Q}_{rev} < 0$  으로 흡열 (endothermic, 셀이 열을 흡수),  $\Delta S < 0$  이면  $\dot{Q}_{rev} > 0$  으로 발열 (exothermic) 이다 ( $\Delta S$  는  $Li$  1몰 (전자 1몰) 삽입 기준  $J mol^{-1} K^{-1}$ ). SOC 에 따라  $\Delta S(x)$  의 부호가 바뀌므로 흡·발열이 교대한다: 저- $x$  에서 config 양의 발산이 지배해  $\Delta S > 0$  이므로 방전 시  $\dot{Q}_{rev} < 0$  (흡열), 고- $x$  에서 vibrational 음 baseline 이 드러나  $\Delta S < 0$  이 되어 방전이 발열로 돈다. stage  $2 \rightarrow 1 (x \approx 0.5)$  의 큰 음의  $\Delta S$  는 방전 시  $\dot{Q}_{rev} > 0$ , 곧 가역 발열의 두드러진 신호를 남기며, 이는 표준화 전위차법의 가역 발열 실측 파라미터화와 정합한다 [37]. 부호와 해석을 손에 쥐었으니, 다음 절은 이 발열을 실전 계산으로 옮기는 종합식과 한 수치 예제를 달는다.

**배경. 한 자유에너지의 두 응답 —  $dQ/dV(\partial_V)$ 와 가역 발열( $\partial_T$ ).** 가역 발열  $\dot{Q}_{rev} = -IT \partial U_{oc}/\partial T$  (식 (1.131)) 와 Part I 의 관측  $dQ/dV$  는 같은 평형 전위  $U_{oc}(x, T)$  — 곧 같은 격자기체 자유에너지 — 의 두 1계 응답이다: 전위 미분  $\partial/\partial V$  가 전하 감수율 (peak, §1.6) 을, 온도 미분  $\partial/\partial T$  가 엔트로피 (가역 발열) 를 준다. 배치 묶에서 이 쌍이 한 항에서 갈라진다 — 평형 전위의 Nernst 배치 항  $(RT/F) \ln[\xi/(1-\xi)]$  (식 (1.109); §1.2.7 식 (1.43)) 을 두 축으로 미분하면

$$\frac{\partial}{\partial V} : \frac{d\xi}{dV} = \frac{\xi(1-\xi)}{w} \quad (peak, \propto var); \quad \frac{\partial}{\partial T} : \frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi} \quad (\text{부분물 배치 엔트로피}/F),$$

뒤 조각이 정확히 겹침 가중 완전식의 봉우리 내부 config 항  $+n_j R \ln[\xi/(1-\xi)]/F$  (식 (1.128)) 이자 가역 발열  $\dot{Q}_{rev}$  의 배치 묶이다. 곧  $dQ/dV$  봉우리 (fluctuation) 와 가역 발열 (엔트로피) 은 한 분배함수의 전하 감수율과 열 감수율이라는 켄레 쌍이다. Part 0 이 자리 내부 자유도에서 세운  $s_{int} = k_B \partial(T \ln q)/\partial T$  (식 (1.21)) 가 vibrational 축의 같은  $\partial_T$  응답이고, 세 분포 (배치·포논·전자) 의  $\partial_T$  합이  $\Delta S(x)$  (§1.17.3) 다 —  $\partial_V$  는 곡선을,  $\partial_T$  는 그 곡선의 열을 같은 자유에너지에서 뽑는다. 가드 — 이 켄레 쌍은 가역 (평형) 응답에 한한다; 히스 gap 의 비가역 소산 ( $\propto I \Delta U^{hys}$ ) 은  $\partial_T$  응답이 아니라 별개다 (§1.15.5 warnbox).

## 1.18 계산용 종합식과 계산 예제

앞 절들이 세운 조각들 — 겹침 가중·봉우리 내부 config·폭의 지위·가역 발열 출구 — 을 하나의 계산용 식으로 모은다. 이 절은 실전 사용식과 그 입력 사양을 규정하고 (§1.18.1), 한 SOC 에서 끝까지 따라간 계산 예제로 (§1.18.2) 종합식이 구체 수치를 내는 과정을 보인 뒤, 다섯 SOC 로 확장해 부호 교대를 확인한다 (§1.18.3).

### 1.18.1 종합식과 입력 사양

**핵심. 계산용 종합식 (실전 사용식).** 하프셀 가역 발열을 실제로 산출할 때는 겹침 가중 (단순 식 (1.127)) 에 봉우리 내부 분포 config 를 더한 완전식을 쓴다. 국소 봉우리 가중  $g_j = \xi_j(1-\xi_j)/w_j$  (1.124) 로 각 전이의 [중심 표준값 + 분포 config] 을 가중하면

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) [\Delta S_j^0/F + (n_j R/F) \ln(\xi_j/(1-\xi_j))]}{\sum_j Q_j g_j(x)}, \quad g_j = \frac{\xi_j(1-\xi_j)}{w_j} \quad (1.132)$$

이며  $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}} / \partial T$  (1.131) 로 발열을 얻는다. 입력은  $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$  와 Part I 의  $\xi_j(V, T)$  (본 파트 식 (1.108) — §1.5 의 평형 진행률에서  $\sigma_d \rightarrow s = +1$ ·평형 중심  $U_j$  (분기 *shift* 無)로 둔 형) 다. 여기서  $\Delta S_j^0 \equiv \Delta S_{\text{rxn},j}$  는 봉우리 중심 표준값(파생 B 의 정의, §1.12.3) 이고,  $w_j$  는 전이별 폭이다(단상 = 평형 예측, 이상 극한  $w_j = RT/F$ ; 흑연 두-상 = 다운도  $dQ/dV$  피팅의 현상학적 자유 폭 — 파생 C §1.15.4). 진동 온도 편차가 있으면  $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$ ,  $U_j \rightarrow U_j + \Delta U_{\text{vib}}(T)$  로 입력 자체가 온도 확장된다 (§1.14).

지배 두-상 전이 ( $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$ )에서는 완전식의 config 항이 폭의 열적 서식  $w_j = n_j RT/F$  를 전제하므로, 실측  $w_j$  가  $T$ -동결에 가까우면 완전식 대 단순식의 우열이  $\sim 0.3$  mV/K 급으로 뒤집힌다(파생 A srcbox §1.15.2) — 지배 두-상 전이의 config 기여는 다운도 round-trip 으로 확정할 대상이며, 그 전까지 단순식(중심값)이 보수적 기준이다. 폭 다중도를 온도 함수  $n_j(T)$  로 두면 이 config 계수  $n_j R/F$  는 식 (1.126) 의  $\partial w_j / \partial T = (R/F)(n_j(T) + T dn_j/dT)$  로 일반화된다. 계산 순서는 이렇다: 주어진 탈리튬화 분율  $\bar{x}$  (식 (1.122) 좌표)에서  $\xi_j$  를 평가하려면 먼저 전하 보존 음함수 (1.122)  $\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q\bar{x}$  를 풀어  $U_{\text{oc}}$  를 얻고, 그  $U_{\text{oc}}$  를  $\xi_j(V, T)$  에 되먹인다.  $\Delta S_j^0$  는 다운도  $dQ/dV$  동시 피팅으로 얻고 나머지는 Part I 모수이며, 단일 전이 지배 영역에서 이 식은 식 (1.128) 로 환원된다.

### 1.18.2 계산 예제 — stage 2→1 부근 한 점의 가역 발열

종합식이 실제로 한 수를 내는 과정을 Part I 의 4-전이 staging 파라미터(중심  $U_j$ ·용량  $Q_j$ ·중심 표준 엔트로피  $\Delta S_j^0$  [표 3], 폭은 다중도  $n_j=1$  의 열적 폭  $w_j = RT/F \approx 25.7$  mV)로 한 SOC 에서 끝까지 따라간다. 대표점은 탈리튬화 분율  $\bar{x} = 0.25$  ( $T = 298.15$  K) — stage 2→1 ( $\text{LiC}_6$ , 큰 음의  $\Delta S^0 = -16$  J mol<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup>) 이 지배하는 저- $\bar{x}$  영역이다.

여기서 중심  $U_j$  는 §1.3 의  $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$  (1.49) 로 평가한 값이다(표의 표시 반올림 전위를 그대로 넣으면  $U_{\text{oc}}$  가 0.3 mV 급으로 어긋난다).

**(a) 전하 보존으로  $U_{\text{oc}}$  결정.** 음함수 (1.122)  $\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q\bar{x}$  ( $Q = \sum_j Q_j = 0.97 Q_{\text{cell}}$ ) 를  $U_{\text{oc}}$  에 대해 풀면(좌변이  $U_{\text{oc}}$  에 단조라 유일한 근)

$$U_{\text{oc}}(\bar{x}=0.25, 298.15 \text{ K}) = 74.4 \text{ mV} \quad (\text{raw } 74.35 \text{ mV}).$$

표시 각주 (v1.0.25 — 상수 *opt-in*). 이 근의 raw 값은 레저시 상수 ( $R=8.314 \cdot F=96485.0$ , 구현 기본)에서 74.3511 mV 이고 CODATA-2018 상수 (use\_si\_constants() — opt-in)에서 74.3497 mV 다. 차이는  $-1.4 \mu\text{V}$ , 곧  $2 \times 10^{-5}$  상대차로 물리적으로 무의미하나, 하필 74.35 라는 반올림 절벽에 걸려 소수 첫째 자리 표시가 74.4 → 74.3 으로 뒤집힌다. 그래서 본 예제는 표시값과 raw 값을 함께 적는다 — 같은 이유로 아래 표 6 의  $U_{\text{oc}}$  열도 표시 자리를 넘는 정합 판정에 쓰지 말 것. 나머지 회귀 기준값 ( $\partial U_{\text{oc}} / \partial T = -0.204 / -0.134 / -0.070$  mV/K,  $\dot{Q}_{\text{rev}}/I = +60.8$  mV)은 두 상수계에서 표시 자리까지 동일하다(신규 게이트 G-SI 증빙). **(b) 전이별 진행률과 봉우리 가중.** 이  $U_{\text{oc}}$  에서 식 (1.108) 의  $\xi_{\text{eq},j} = \{1 + \exp[-(U_{\text{oc}} - U_j)/w_j]\}^{-1}$  과  $g_j = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$  를 전이마다 읽어 표 5 에 모은다. 가중 분모  $\sum_j Q_j g_j = 6.18 Q_{\text{cell}}/V$  가 곧 그 점의 측정  $dQ/dV$  이며, 비중이 “2 → 1 봉우리가 75% 활성화”임을 그대로 읽는다 (§1.15.1).

**(c) 겹침 가중 엔트로피 계수(완전식).** 열적 폭  $w_j = n_j RT/F$  라 봉우리 내부 config 항이 남아,

Table 5: 계산 예제 ( $\bar{x}=0.25$ , 298.15 K;  $w_j=RT/F$ )의 전이별 중간값 — 진행률  $\xi_j$ , 봉우리 가중  $g_j = \xi_j(1-\xi_j)/w_j$ , 국소  $dQ/dV$  비중, 중심 표준 계수  $\Delta S_j^0/F$ , 봉우리 내부 config 항 ( $n_j R/F$ )  $\ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ .

| 전이   | $\xi_j$ | $g_j$ [V <sup>-1</sup> ] | 비중 $Q_j g_j / \sum$ | $\Delta S_j^0/F$ [mV/K] | config [mV/K] |
|------|---------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 4→3  | 0.005   | 0.19                     | 0.003               | +0.301                  | -0.458        |
| 3→2L | 0.072   | 2.61                     | 0.051               | 0.000                   | -0.220        |
| 2L→2 | 0.143   | 4.77                     | 0.193               | -0.052                  | -0.154        |
| 2→1  | 0.395   | 9.30                     | 0.753               | -0.166                  | -0.037        |

식 (1.132)의 완전식(중심값 + config)을 비중으로 가중하면

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} &= \sum_j \frac{Q_j g_j}{\sum_k Q_k g_k} \left[ \frac{\Delta S_j^0}{F} + \frac{n_j R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1-\xi_j} \right] \\ &= 0.753(-0.203) + 0.193(-0.206) + 0.051(-0.220) + 0.003(-0.157) = -0.204 \text{ mV/K}. \end{aligned}$$

(중심값만 쓴 단순식은 -0.134 mV/K 이고, config 항이 -0.070 mV/K 를 더한다.)

**(d) round-trip 실증.** 열적 폭  $w_j=n_j RT/F$  아래 중심  $U_j(T)$ 와 폭  $w_j(T)$ 를 함께 움직여  $U_{oc}(\bar{x}, T)$ 를  $T \pm 3$  K에서 두 번 푼 유한차분  $[U_{oc}(T+3) - U_{oc}(T-3)]/6$  K는 -0.204 mV/K로, 해석 완전식 (1.132)과  $< 0.001 \mu\text{V/K}$ 로 일치한다 — 음함수 미분 사슬(config 항 포함)이 수치와 왕복 정합함을 이 한 점에서 확인한다(전 범위 검증은 파생 A). 종합식을 그대로 수치로 산출해도 같은 -0.204를 낸다(코드 구현이 만족해야 할 회귀 기준값으로서의 대응은 부록 D).

**(e) 유효 반응 엔트로피와 가역 발열.** 정의  $\Delta S(\bar{x}) = F \partial U_{oc} / \partial T$ 와 Bernardi 출구 (1.131)  $\dot{Q}_{rev} = -IT \partial U_{oc} / \partial T$ 로 단으면

$$\Delta S(\bar{x}=0.25) = -19.7 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1} < 0, \quad \frac{\dot{Q}_{rev}}{I} = -T \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} = +60.8 \text{ mV} (= +60.8 \text{ mW/A}).$$

곧 이 SOC에서 셀 방전( $I > 0$ , 흑연 리튬화)은  $\dot{Q}_{rev} > 0$ 의 발열이며, stage 2→1의 큰 음의  $\Delta S$ 가 남기는 가역 발열 신호(표준화 전위차법의 가역 발열 파라미터화 실측 [37])와 부호·규모가 정합한다. config 항은 폭의 열적 서식  $w_j=n_j RT/F$ 를 전제하므로( $n_j$  키 기준), 지배 2→1이 두-상이라 실측 폭이  $T$ -동결에 가까우면 config 뺀 다운도 round-trip으로 확정할 대상이고(종합식 박스-§1.15.4), 그 하한은 단순식 -0.134 mV/K다.

### 1.18.3 SOC 부호 교대 — 다섯 점으로 확장

표 6가 이 계산을 다섯 SOC로 확장해 같은 종합식 하나가 흡·발열의 SOC 교대(저- $\bar{x}$  발열 → 고- $\bar{x}$  흡열)를 자동으로 뉘을 보인다 — 임의 함수나 외부 스위치 없이 분포만으로. 다섯 점 사이의 전 구간 곡선은 그림 22이 같은 입력으로 잇는다: 완전식과 단순식의 갈라짐(config 항), 전이 수준 사이의 연속 블렌드, 그리고  $\bar{x} \approx 0.68$ 의 부호 반전이 한 장에서 읽힌다. 한 종합식이 SOC 축을 따라 가역 발열의 부호를 스스로 뒤집는 이 거동이, 본 장이 세운 세 분포가 발열에서 맺는 매듭이다. 이 결과가 실전 계산의 도착점이며, 남은 것은 그 입력을 실측에서 얻는 방법과 적용한계다.



Table 6: 탈리튬화 진행에 따른 가역 발열의 부호 교대(완전식, 298.15 K; Part I 4-전이 staging,  $w_j=RT/F$ ).  $\dot{Q}_{\text{rev}}/I$  는 방전 ( $I > 0$ ) 기준 단위 전류당 열이며 + 가 발열이다. 저- $\bar{x}$ (Li-rich, stage  $2 \rightarrow 1/2L \rightarrow 2$  음의  $\Delta S$ )는 방전 발열, 고- $\bar{x}$ (Li-poor, config 양의 발산)는 방전 흡열로, 부호가 SOC 를 따라 뒤집힌다. 행별 흡/발열 판정은 완전식 — 곧 폭의 열적 서식  $w_j=n_jRT/F$  — 을 전제한 값이며, 지배 두-상 전이의 실측 폭이  $T$ -동결에 가까우면 판정 기준이 단순식(중심값) 쪽으로 이동해 경계 행( $\bar{x} \approx 0.75$ )의 부호가 반전될 수 있다(파생 C §1.15.4 종합식 박스 아래 한정과 동일).

| $\bar{x}$ | $U_{\text{oc}}$ [mV] | $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ [mV/K] | $\Delta S$ [J mol <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> ] | $\dot{Q}_{\text{rev}}/I$ [mV] | 방전 열 |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 0.10      | 43.5                 | -0.307                                     | -29.6                                             | +91.5                         | 발열   |
| 0.25      | 74.4                 | -0.204                                     | -19.7                                             | +60.8                         | 발열   |
| 0.50      | 109.0                | -0.089                                     | -8.6                                              | +26.6                         | 발열   |
| 0.75      | 148.8                | +0.044                                     | +4.3                                              | -13.2                         | 흡열   |
| 0.90      | 195.2                | +0.218                                     | +21.0                                             | -64.9                         | 흡열   |

## 1.19 방법론 출구와 적용 한계

종합식이 실전 수치를 냈으니, 남은 두 가지를 밝힌다 — 그 입력  $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$  를 실측  $dQ/dV$  에서 얻는 절차(§1.19.1)와, 본 파트 닫힌식에 남는 공백(§1.19.2)이다.

### 1.19.1 다운도 $dQ/dV$ 에서 중심 표준값 추정 절차

계산 절차. 방법론 출구 — 다운도  $dQ/dV$  에서 중심 표준값  $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$  추정 절차. 위 종합식의 입력  $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$  중 전이별 중심 표준값  $\Delta S_j^0$  는 다음 순서로 추정한다.

1. 충분히 낮은 음의 준평형 코인 하프셀  $dQ/dV$  를 여러 온도  $T_k$  에서 측정한다(저음·과평화 회피로 전이 폭이 동역학 lag 로 부풀지 않게 한다).
2. 측정 전위에서 분극을 먼저 분리한다 — §1.1.3 의  $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$  (1.4) 로  $IR$ ·과전압을 빼야 평형  $U_{\text{oc}}$  의 온도 의존만 남는다.
3. 같은  $Q_j$  구조를 공유하되 각 온도의 중심  $U_j(T_k)$  와 폭  $w_j(T_k)$  를 허용해 Part I 의 logistic 전이 모델 (1.108) 을 동시 피팅하며, 이는 반응별  $U_j^0(T)$  를 온도 연속함수로 두는 MSMR (Multi-Species, Multi-Reaction) 절차(Chapter 2 §2.7)와 직접 대응한다 [35, 36].
4. 회귀한  $U_j(T)$  의 중심 기울기에서  $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$  를 얻고, Allart 등의 전극 분리  $\Delta S(x)$  [31] 와 부호·규모를 대조해 검증한다(표 3).
5. 봉우리 내부의  $x$ -의존은 따로 입력하지 않는다 — 식 (1.128) 의 분포 config 항  $(n_j R/F) \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$  가 자동으로 채우며, 마지막으로 종합식 (1.132) 과  $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$  (Bernardi 출구 [28])로 가역 발열을 산출한다.

전이  $j$  가 준양자 진동 편차를 갖는다면, electronic 항( $\propto T$ )과 분리하기 위해 준양자 영역( $k_B T \lesssim \hbar\omega$ )에 놓인, 서로 충분히 떨어진  $T$  점을 셋 이상 확보한다(§1.14.3).

문헌 근거. 다리 —  $\Delta S_j^0$  를 무엇으로 검증하나. *procedurebox 4* 의 회귀량  $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$  는 Allart 등 [31] 의 흑연 전극 분리  $\Delta S(x)$  와 대조해 검증한다:

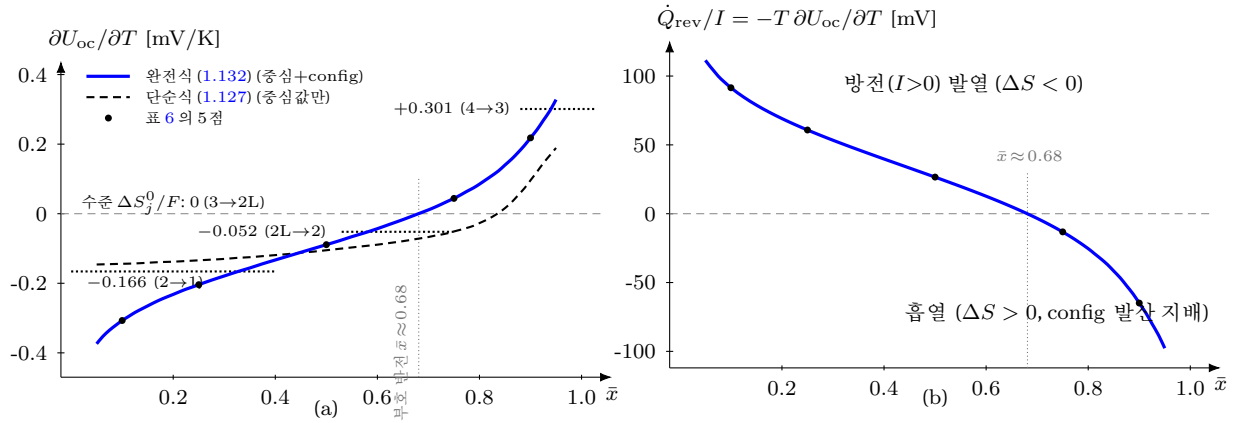


Figure 22: 완전식이 만드는 하프셀 엔트로피 계수와 가역 발열의 실제산 곡선 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가다(4-전이 staging 입력: 표 3의  $\Delta S_j^0$ ,  $w_j=RT/F(n_j=1)$ , 298.15 K; 각  $\bar{x}$ 에서 전하 보존 음함수 (1.122)를 풀어  $U_{oc}$ 를 얻은 뒤 평가). (a)  $\partial U_{oc}/\partial T(\bar{x})$  — 파란 실선 = 완전식 (1.132)(중심 표준값+분포 config), 검은 파선 = 단순식 (1.127)(중심값만) 이고 둘의 차가 봉우리 내부 config 항이다(파생 B). 점선 수평선은 전이별 수준  $\Delta S_j^0/F$  — 곡선이 전이 경계마다 계단 없이 인접 수준 사이를 연속으로 지난다(파생 A의 연속 블렌드). ●는 표 6의 다섯 점과 일치하며  $\bar{x}=0.25$  값이 계산 예제 (§1.18.2)의  $-0.204/$  단순식  $-0.134$  mV/K 다. (b) 가역 발열  $\dot{Q}_{rev}/I = -T\partial U_{oc}/\partial T$ (식 (1.131)) —  $\bar{x}\approx 0.68$ 에서 방전 발열이 흡열로 스스로 반전한다(임의 함수·외부 스위치 없이 분포만으로). 완전식 곡선은 폭의 열적 서식  $w_j=n_jRT/F$ 를 전제하며, 실측 폭이  $T$ -동결에 가까우면 단순식이 보수적 기준이다 (§1.15.4).

| 본문                                    | Allart[31] 대응                    |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 전이별 중심 표준값 $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$ | 흑연 전극 몫 $\Delta S(x)$ (조성 분해 실측) |
| 회귀 $U_j(T)$ 중심 기울기                    | 평형 곡선 $U(x)$ 의 온도 의존             |
| 표 3 부호·규모                             | $\Delta S(x)$ 실측 부호·규모           |

방법 요지 — Allart 등은 흑연 하프셀의 평형 곡선과 온도계단 전위차법 엔트로피 변화 곡선을 전위차 분석으로 함께 얻어 흑연 전극 몫의  $\Delta S(x)$ 를 조성 분해로 준다. 가정 차 — Allart의  $\Delta S(x)$ 는 조성 연속의 전극 몫 실측이나 표 3의  $\Delta S_j^0$ 는 전이별 봉우리 중심 표준값이고 봉우리 내부  $x$ -의존은 식 (1.128)의 config 항이 자동 생성하므로, 대조는 중심값 부호·규모 수준이지 봉우리 내부 프로파일의 점대점 일치가 아니다.

## 1.19.2 모델의 한계

본 파트의 닫힌식에는 다음 공백이 남는다. (1) 완전식의 표시-정밀도 일치(파생 A, 175 점)는 시뮬레이션 자기일관성 검증이다 — 남는 공백은 그 완전식이 가정하는 logistic 전이형·파라미터 집합  $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 가 실측 흑연을 얼마나 충실히 재현하는지를 실험데이터 round-trip 피팅으로 확정하는 일이다(시뮬레이션 검증과 실측 검증의 구분). (2) 히스테리시스 하 경로의존  $\partial U_{oc}/\partial T$ 의 측정 불확실도 정량화는 본 장 범위 밖이며, 파생 D (§1.15.5)는 가역/비가역 분리의 틀만 제시한다 [38]. (3) 상호작용  $\Omega$ 의 온도 의존(파생 C의 2차 항)과 그 흑연에서의 값은 아직 확보하지 못했다. (4) electronic 항의 절대값은 흑연에서 소수로 취급했으며, LCO의 MIT 예외는 분포 언어의 사례로만 다뤘다. (5) 전셀 합성은 본 장의 범위 밖이고, 그 근거는 서두 범위 박스에 명시했다. 이 다섯 공백을 명시적으로 열어 둔 채, 다음 절이 본 파트를 매듭짓는다.

## Part T 맺음

본 파트는 코인 하프셀의 엔트로피와 가역 발열을 통계열역학으로 세웠다. 분배함수  $Z$  에서 점유 분포  $\langle n \rangle$  을 끌어내 그것이 Part I logistic (§1.5) 의 기원임을 보였고 ( $w = RT/F$  가 분포 폭), 점유 분포에서 configurational 엔트로피와 그 발산하는 부분물 항을, 같은 분포 언어로 vibrational (포논 Bose–Einstein)·electronic (Fermi–Dirac–Sommerfeld) 엔트로피를 세웠으며, 진동 항의 온도 편차를 Einstein 모드 보정으로 따로 단았다. 세 분포가 합쳐 측정  $\partial U_{oc}/\partial T(x)$  의 모든 모양을 만든다: 겹침 가중 (파생 A, 수치 검증 완료) 으로 봉우리 사이 연속 블렌드를, 봉우리 내부 config (파생 B, 이중계산 분리) 로  $x$ -의존을, 폭  $w_j$  의 이중지위 (파생 C — 단상은 평형 예측, 흑연 두-상은 현상학적 자유 피팅 폭, broadening 기원은 Part I §1.7) 로 두-상 폭의 지위를, 히스 분기 평균 (파생 D) 으로 가역/비가역 분리를 단았다. 극한 여섯 코너가 분포 식을 검증하고, “전이당 상수  $\Delta S_j^0 + \text{분포}$ ” 로 측정급 비선형이 모델 안에서 자기일관하게 산출됨을 보였다 (지배 두-상 전이의 폭  $T$ -의존은 다운도 round-trip 으로 확인할 대상). 한 계산 예제 ( $\bar{x}=0.25$ , §1.18.2) 가 이 종합식 (1.132) 를 구체 수치로 담아 유한차분 round-trip 과  $< 0.001 \mu\text{V/K}$  로 일치시켰고, 다섯 SOC 로 확장한 표 6 가 저- $\bar{x}$  발열·고- $\bar{x}$  흡열의 부호 교대를 같은 식 하나로 재현했다 — 다운도  $dQ/dV$  에서  $\Delta S_j^0$  를 얻는 절차 (방법론 출구 박스) 도 함께 제시했다. 가역 발열  $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{oc}/\partial T$  은, 서두에서 목적함수로 노출한 그대로, 이 세 분포를 재배열하는 열이다.

여기까지가 Part T 흑연 열특성의 결과 사슬이다 — 곡선 (Part I) 과 열특성 (Part T) 의 전 입력 인자를 한자리에 모으는 진행 요약 (§1.20) 으로 이어지고, 부호 사슬 검증표·코드 구현 요구명세 부록들이 그 뒤를 잇는다.

## 1.20 전체 입력 인자와 피팅 준비 — 진행 요약

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 물리량이 사용자 조정 가능한 입력이며, 내부에 고정된 상수는 없다 (전부 기본값+override — 물리 상수  $R, F, k_B, h$  와 수치 안전 가드 상수는 물리 인자가 아니므로 제외). 전 조정 인자와 기본값의 상세 목록은 부록 B (표 11) 에 정리한다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다 (본 장은 스코프를 정하지 않는다).

“고정·피팅 스코프” 는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대  $\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}} \cdot Q \cdot w$  를 풀고  $\Omega \cdot \Delta H_a \cdot |dV/dq|_{q_a}$  는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 반응 열역학 ( $\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$ ) 값과 DFT 활성화 값은 곧이 믿고 잠글 경계 (상·하한) 가 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

**주의. 식별 가드** —  $\alpha \cdot L_V \cdot w \cdot \text{gallery}$  네 손잡이의 축퇴 (v1.0.25). 정적 단일 온도·단일 율속 곡선 하나에서 봉우리의 비대칭과 정점 이동은 서로 다른 네 손잡이가 거의 같은 방식으로 만들 수 있다 — 넷을 동시에 자유화하지 말 것.

- (1)  $\alpha_j$  — 평형 skew 지수 (식 (1.77)). 정점을  $\sigma_d w_j \ln \alpha_j$  만큼 밀고 반높이 폭까지 함께 바꾼다 ( $\alpha_j$  와 함께 단조 감소 — 식 (1.78) 문단).
- (2)  $L_{V,j}$  — 율속 인과 꼬리 (§1.8). 정점을 진행방향으로 밀고 한쪽 꼬리를 늘린다.
- (3)  $w_j$  (곧  $n_j$ ) — 폭 척도 (식 (1.68)).  $\alpha_j$  의 폭 효과와 직접 겹친다.
- (4) gallery 세분 — 한 물리 봉우리를 중심이 거의 같고 폭이 다른 두 전이로 나누면 그 envelope 이 곧 비대칭 봉우리가 된다 (중심 간격이 폭보다 작을 때).

권장 스코프 —  $\alpha_j$  를 열 때는 같은 전이의  $L_{V,j}$  를 동결하고(구현은 같은 전이에  $\alpha \neq 1$  과  $L_V > 0$  이 동시에 지정되면 경고를 낸다), *gallery* 세분과  $\alpha_j$  의 동시 자유화를 지양하며,  $\alpha_j$  와  $n_j$  중 하나만 쏜다. 원리적 분리 — 넷 중 (2)만 율속에 비례해 자라고  $|I| \rightarrow 0$  에서 소멸하므로 (§1.7.2 ①), 율속 스위치가 유일한 분리 관측이다. (1)·(3)·(4)의 분리는 단일 곡선으로는 비유일하며, 다운로드·다올속 데이터 또는 독립 구조 정보(XRD 상수 — §1.7.1)가 있어야 한다. 그러므로 이 손잡이들로 얻은 값은 곡선 표현의 파라미터이지 그 자체로 상(phase) 개수·상 성격의 측정이 아니다.

**핵심. 본 장만으로 한 곡선 재현(6단계).** (1) 표 2의 4 전이 파라미터 집합을 구성. (2) 실험조건  $\sigma_d, |I| = c\text{-rate} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$  설정  $\rightarrow$  분극  $V_n((1.1)(1.4))$ ; 이후 평가는  $V_n$  에서 점별. (3) 전이마다  $U_j(T)((1.49)) \rightarrow$  분기 중심  $U_j^d((1.58)) \rightarrow$  폭  $w_j((1.68)) \rightarrow$  평형 진행률  $\xi_{\text{eq}}((1.69))$ . (4) 자연 길이:  $A((1.86)) \rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}((1.87)(1.88)) \rightarrow L_q((1.90)) \rightarrow L_V((1.91))$ , 전이당 상수. (5) *peak* 모양: 기억 적분((1.97)·(1.103))의  $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V((1.98))$ ;  $L_V \rightarrow 0$  극한이 평형 중((1.102)(1.76)). (6) 용량 가중 합산((1.104)); 출력이 입력 전위  $V_n$  좌표에서 곧바로 나온다. 색인은 표 7.

### 1.20.1 전체 진행 요약

요약하면 — 계산은 실험조건을 받아 방향 부호와 전류 크기로 먼저 환산하고(식 (1.1)), LCO 전극은 셀 라벨을 탈리튬화 부호로 자동 환산하며(식 (2.1)),  $|I| \rightarrow 0$  기준선은 식 (1.76) 만 합산한 충방전 불변·히스테리시스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 7 가 노드와 식으로 정리하고, 구현 대응표는 부록 B 에 둔다.

여기까지가 본 장(흑연)의 결과 사슬이다 — 표의 LCO 행( $N'$  계열)은 Chapter 2 가 같은 forward 골격을 재사용하는 지점의 통합 대응 참조다. 부록 A 가 부호 사슬을 전수 검산하고, 부록 B 가 구현과의 1:1 대응을 역방향으로 조회한다.

## A 곡선 부호 사슬 검산표

본 장 부호 사슬의 전건 검산을 표로 정리한다. 기준 명제는 방전 시  $V \uparrow \Rightarrow$  탈리튬화 $\uparrow$ , 충전  $dQ/dV$  는 방전의 거울(양수)이며, 표의 각 행은 반증 가능한 조건이다 — 한 행이라도 어긋나면 부호 사슬의 결함이다. 범위는 흑연 사슬(S1–S8·R1–R5)과 LCO 중심 수치 검산(R6)이고, 나머지 LCO 부호는 §2.1.2 이 검산한다.

표 8 는 정성 부호 사슬 여덟 항이다. 전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

Table 8: 부호 사슬 정성 검산(S1–S8).

| #  | 명제와 확인 내용                                                                                                                                                                   | 근거 식            | 판정 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| S1 | $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F$ , $\Delta G_j = -sFU_j$ — $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린 다(흡열 아님). | 식 (1.49)·(1.47) | ✓  |
| S2 | $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ — 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ .                                          | 식 (1.69)        | ✓  |
| S3 | $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$ — peak 모양 = $ d\xi/dV  = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$ , 방향 불변.                                                                                | 식 (1.76)        | ✓  |

| #  | 명제와 확인 내용                                                                                                                                                                                                                                                | 근거 식            | 판정 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| S4 | $\Delta U_{\text{hys}} \geq 0$ (극대 > 극소), $\Omega \leq 2RT$ 에서 $0(u_j \rightarrow 0)$ ; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$ 라 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$ .                                                                                            | 식 (1.55)·(1.57) | ✓  |
| S5 | $\chi_d$ : 방전 $\chi$ /충전 $1 - \chi$ (합-1 거울 대칭); $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$ .                                                                                                                                                | 식 (1.87)·(1.88) | ✓  |
| S6 | $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙의 동기만으로 성립 — $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 실현 미분은 0(전이당 한 스칼라)이고, 국소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ — 동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관(자기모순 없음). | 식 (1.90)·(1.91) | ✓  |
| S7 | 꼬리의 충전 방향 반전(적분 상한 $+\infty$ , 식 (1.103)) — 인과 방향 보존, peak 모양 = $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V > 0$ 으로 충전 $dQ/dV$ 는 방전의 거울(양수).                                                                                                               | 식 (1.103)       | ✓  |
| S8 | 분극 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d  I  R_n$ — 방전 시 측정 전위 > 내부 전위.                                                                                                                                                                                       | 식 (1.4)         | ✓  |

표 9 는 재현 가능한 수치·극한으로 고정된 회귀 검산이다( $T = 298.15$  K). R1–R3 은 독립 수기 재산출로 동일 양을 재확인한 것, R4 는 컷 규칙 정의 검사, R5 는 극한 논증, R6 은 LCO 중심 부호의 문헌 역대입이다(본문 §2.2 verifybox 와 동일 수치 — 그 박스의 층위 구분 가드와 함께 읽는다). 여섯 행이 모두 통과한다 — 부호 사슬 회귀 검산 PASS.

Table 9: 부호 사슬 수치·극한 회귀 검산(R1–R6).

| #  | 조건·수치                                                                                                                                                                           | 결과와 판정                                                                                                                                                                        | 근거 식                    | 판정 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| R1 | 히스 분기 방향: $\Omega = 12000$ J/mol, $\gamma = 1$ — $u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$ , $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F}[\Omega u - 2RT \operatorname{artanh} u] = 86.7$ mV. | 분기 중심이 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ /충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ 라 peak 갈림 $V_{\text{dis}} - V_{\text{chg}} = +86.7$ mV > 0 — 방전 peak 가 높은 전위(기준 명제 일치). | 식 (1.55)·(1.57)         | ✓  |
| R2 | 히스 문턱: $\Omega = 2RT = 4958$ J/mol — $u = 0$ .                                                                                                                                  | $\Delta U^{\text{hys}} = 0.0$ mV — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속(상분리 미만 = 갈림 없음).                                                                                         | 식 (1.55)                | ✓  |
| R3 | $ I  \rightarrow 0$ 환원: $\gamma = 0$ , $ I  = 10^{-6}$ — $L_V \propto  I  \rightarrow 0$ .                                                                                      | $L_V \rightarrow 0$ 극한(식 (1.102))에서 꼬리식이 평형 중 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 로 매끈히 수렴하고 $\sigma_d$ 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow 0$ (S3 의 수치 확인).                    | 식 (1.91)·(1.102)·(1.76) | ✓  |
| R4 | $L_q$ 동결 vs 부등식: $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ 가 전이당 상수.                                                                                       | 실현 미분 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ , 부등식 $< 0$ 은 컷 규칙 동기만으로 성립(S6 과 일관) — 자기모순 0.                                                                                      | 식 (1.86)                | ✓  |



| #  | 조건·수치                                                                                                                                | 결과와 판정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 근거 식                        | 판정 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| R5 | 꼬리 식의 평형 극한 회귀<br>가드: 식 (1.102)의 치환<br>$t = (V - u)/L_{V,j}$ 로 peak 모양<br>$= \int_0^\infty e^{-t} (d\xi_{eq}/dV) _{V-L_{V,j}t} dt$ . | $L_V \rightarrow 0$ : 적분점마다 평<br>가 위치 $V - L_{V,j}t \rightarrow V$<br>이고 피적분함수가 적분가<br>능 지배함수 $e^{-t}/(4w_j)$ 에 눌<br>려( $ d\xi_{eq}/dV  \leq 1/(4w_j)$ ) 지<br>배수렴정리로 극한과 적분<br>이 교환되어 peak 모양 $\rightarrow$<br>$ d\xi_{eq}/dV  = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (평<br>형 중, $\sigma_d$ 불변). 부호 양·차원<br>양변 $1/V$ ·극한 정합 — 방전·<br>충전(식 (1.103))이 같은 양의<br>중을 주어 R3 와 일관(“ $L_V$ 작<br>으면 중으로 환원”이 극한식으<br>로 확인됨; 커널 규격화를 깨면<br>극한이 어긋나는 반증 가능 검<br>산). | 식 (1.102)·<br>(1.98)·(1.76) | ✓  |
| R6 | LCO 중심 부호: 대표 단전극<br>$d\phi/dT \approx +0.83$ mV/K(tier B)[18] 역<br>대입.                                                              | $\Delta S_{rxn}^{cat} = F dU/dT \approx +80$<br>J/(mol K) $> 0$ — 평형 중심이<br>온도에 오르고 30 K 창에서<br>$\Delta U \approx +25$ mV 규모(충위·혼<br>동 가드는 본문 §2.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 식 (2.3)                     | ✓  |

## B 곡선 계산 구현 대응표

문건과 구현의 연계는 단방향이다 — 구현 (Anode\_Fit\_v1.0.24.py)의 주석·docstring 이 본 장의 식  
번호를 참조한다. 본 부록은 그 역방향 조회, 곧 “본문의 물리량·노드가 구현의 어느 식별자에  
대응하는가”를 표로 제공하여, 본문을 코드 언급 없이 물리량으로 읽을 수 있게 하면서 재현 가능성  
(본 장과 구현 사이의 1:1 대조)을 보존한다. 진입점은 curve(실험조건 facade — 방향 문자열·c-rate  
를 식 (1.1)으로 환산)와 dqdv(물리 부호  $s$  직접 입력)이며, LCO 서브클래스 LCOcathodeDQDV 는 전극  
인지 플래그 `_delith_is_discharge=False`로 셀 라벨을 탈리튬화 부호로 환산한다(‘charge’  $\mapsto \sigma_d = +1$ ,  
식 (2.1)).  $|I| \rightarrow 0$  평형 기준선은 메서드 `equilibrium`(식 (1.76)만  $U_j$  중심으로 합산 — 분기 미반영이  
라  $\gamma_j$  무관 가역 기준선, §1.6의 구분 참조)이다. 본문 표 2의 흑연 전이 초기값 리스트는 코드 변수  
`GRAPHITE_STAGING_LIT`에, 표 1의 LCO 초기값 리스트는 `LCO_MSMR_LIT`에 대응한다(파라미터 구조의  
대응이며, `LCO_MSMR_LIT` 시연 리스트는 전이 구성·순서가 표의 물리 anchor 와 다른 tier-C 데모라  
전이별 1:1 값 대응은 아니다).

v1.0.25 갱신 요지. 아래 표에 네 항이 추가되었다 — 전이 키 `alpha`·함수 `func_dxi_eq`(skew 중,  
식 (1.77))·`_causal_pad`(식 (1.97) 하한  $-\infty$  실현)·상수 `opt-in use_si_constants()`. 넷 다 *additive* 이  
며 미지정 시 v1.0.24.1 경로가 부동소수점까지 보존된다(골든 게이트 `max|d|=0`). 반대로 삭제  
된 것은 하나다 — 구 정칙용액(Frumkin) 평형 커널 경로(`_regsol_dqdv` 등 3 심볼과 `equilibrium`의  
‘kernel’ 분기)가 제거되어 커널 계통이 로지스틱 단일계가 되었다(Chapter 3의 Si-host 정칙  
용액 커널 소절 지위 상자 참조 — 문건의 해석적 유도는 보존, 구현만 없음). 파일명은 규약상

Table 7: 노드  $\leftrightarrow$  식 매핑(전체 진행). 본 장 절 순서 = 이 노드 순서. 구현 식별자 대응은 부록 B(표 12).

| 노드                                                                  | 물리식                                                                                              | 본 장 식          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| N0                                                                  | $\sigma_d,  I  = \text{c-rate} \cdot Q_{\text{cell}}$                                            | (1.1)          |
| N1                                                                  | $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d  I  R_n$                                                        | (1.4)          |
| N2                                                                  | $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$                                                             | (1.49)         |
| N3                                                                  | $\Delta U_j^{\text{hys}}, U_j^d$                                                                 | (1.55),(1.57)  |
| N4                                                                  | $w_j = n_j RT/F$ (이중지위)                                                                          | (1.68)         |
| N5                                                                  | $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$                                         | (1.69)         |
| N6                                                                  | $Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$                                                     | (1.76)         |
| (N6 확장: 두-상 broadening·현상학적 $w_j$ ·역산 금지 = §1.7; 새 N-노드 아님, 모델 항 0) |                                                                                                  |                |
| N7                                                                  | $\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}, L_q, L_V$                                         | (1.86)–(1.91)  |
| N8                                                                  | $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ , 역전                                                  | (1.98),(1.103) |
| N9                                                                  | $C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j[\cdot]$                                                              | (1.104)        |
| — LCO 양극 추가(같은 골격, 파라미터 +1항) —                                      |                                                                                                  |                |
| N0'                                                                 | LCO 전이 초기값(3 전이)                                                                                 | 표 1            |
| (N0' 보강: 셀 라벨 $\rightarrow$ 탈리튬화 부호 자동 환산 = 식 (2.1)·§1.20.1)        |                                                                                                  |                |
| N2'                                                                 | $\partial U_j / \partial T = \Delta S^{\text{cat}} / F$                                          | (2.3)          |
| N3'                                                                 | $\Delta U_j^{\text{hys,cat}}, U_j^{d,\text{cat}}$                                                | (2.10),(2.11)  |
| N5+                                                                 | $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \partial g / \partial x < 0$ (삽입, 몰당) | (2.27),(2.30)  |
| N9'                                                                 | $\Delta S^{\text{cat}} = \text{config} + \text{vib} + \text{elec}$                               | (2.19)         |

Anode\_Fit\_v1.0.24.py 를 유지하며 내부 release 버전 문자열만 1.0.25 다(본 부록의 코드 참조 키를 깨지 않기 위한 v1.0.24.1 선례 승계).

Table 10: 물리 기호  $\leftrightarrow$  구현 식별자 대응(본문 기호표의 구현 열).

| 기호                                                 | 구현 식별자             | 비고                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sigma_d$                                         | s, sigma_d         | 방향 부호                                                                                       |
| $s$                                                | (유도 전용 — 직접 대응 없음) | 유도 전용 고정 부호(항상 +1 대입 소멸). 코드의 s 파라미터(dqdv 인자)는 방향부호 $\sigma_d$ 를 받는 자리라(윗행) 이 유도-전용 s 와 별개다 |
| $ I $                                              | I_abs              | 전류 크기                                                                                       |
| $Q_{\text{cell}}$                                  | Q_cell             | 셀 용량                                                                                        |
| $T$                                                | T                  | 온도(스칼라/배열)                                                                                  |
| $R_n$                                              | Rn                 | 분극 저항                                                                                       |
| $V_{\text{app}}$                                   | V_app              | 인가(측정) 전위 배열                                                                                |
| $U_j(T)$                                           | U, func_U_j        | 평형 중심                                                                                       |
| $\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$ | dH_rxn, dS_rxn     | 반응 열역학 입력                                                                                   |

| 기호                                                | 구현 식별자                                         | 비고                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $n_j$                                             | n                                              | 폭 다중도                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $w_j$                                             | func_w, _width                                 | 폭(직접 입력 키 w는 $n$ 역산 _n_factor); MSMR 문헌의 무차원 $\omega_j$ 는 $w = \omega \cdot RT/F$ 로 환산해 넣는다 (§2.7의 재모수화 — 문헌 $\omega$ 값을 w[V]에 직접 대입 금지)                                                                                                                  |
| $\xi_{eq,j}$                                      | func_ksi_eq                                    | 평형 진행률                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $\alpha_j$                                        | 전이 dict 키 alpha, _alpha_factor                 | skew 지수(식 (1.77)) — 키 부재 = 1.0 = 현행 로지스틱과 부동소수점까지 동일. equilibrium-dqdv.entropy_coefficient.solve_U_oc 네 경로가 같은 규약을 공유                                                                                                                                     |
| $\xi_{eq,j}^{(\alpha)} = [\xi_{eq,j}]^{\alpha_j}$ | func_dxi_eq(...)[1]                            | skew 진화좌표(단조 $0 \rightarrow 1$ ). 같은 호출의 [0]이 미분 중 $(\alpha_j/w_j)[\xi_{eq}]^{\alpha_j}(1-\xi_{eq})$ 다. func_dxi_eq는 func_ksi_eq의 logistic을 재사용하며 $\alpha_j=1$ 분기에서 기존 식의 연산 순서까지 동일하게 반환한다 — 이것이 bit-exact 계약이고 게이트 G- $\alpha 1$ 이 np.array_equal로 증빙한다 |
| $Q_j$                                             | Q                                              | 용량 가중                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $R, F$                                            | R, F(레저시 기본)<br>R_SI, F_SI, use_si_constants() | / 물리 상수. 기본은 레저시 $R=8.314 \cdot F=96485.0$ 이고 CODATA-2018 값은 opt-in이다 — 즉시 교체는 골든 bit-exact 계약( $G1, \max d =0$ )과 양립하지 않기 때문. 발효 시 회귀 기준 표시값은 불변이나 $U_{oc}(\bar{x}=0.25)$ 만 표시 반올림이 뒤집힌다 (§1.18 각주)                                                      |
| $C_{bg}$                                          | Cbg                                            | 배경 미분용량                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $\Omega_j$                                        | Omega                                          | 상호작용 에너지                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $\gamma_j$                                        | gamma                                          | 분기 축소 인자                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $\Delta U_j^{hys}$                                | func_dU_hys                                    | 분기 gap                                                                                                                                                                                                                                                    |
| $h_{\eta,j}$                                      | h_eta                                          | 부분 cycle 인자                                                                                                                                                                                                                                               |
| $U_j^d$                                           | func_U_branch                                  | 방향별 분기 중심                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\chi$                                            | chi(생성자 인자 x)                                  | 전달 계수(분할 규칙 주입 chi_split) — 인자명 x는 조성 $x$ (Li 함량)과 무관한 역사적 명칭                                                                                                                                                                                             |
| $\chi_d$                                          | func_chi_d                                     | 방향별 전달 계수                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\mathcal{A}$                                     | A                                              | 켓 affinity                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$                  | dH_a, dS_a                                     | 활성화 열역학 입력                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\Delta H_{a,j}^{eff}$                            | func_dH_a_eff, _chi_and_dH_eff                 | 유효 장벽(토글 use_dH_eff)                                                                                                                                                                                                                                      |
| $L_{q,j}$                                         | func_L_q, _resolve_lag_length                  | 용량축 지연 길이                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 기호                   | 구현 식별자    | 비고                     |
|----------------------|-----------|------------------------|
| $L_{V,j}$            | lag_len_V | 전압축 지연 길이              |
| $ dV/dq _{q_a}$      | dVdq_qa   | 컷점 OCV 기울기             |
| $z_{\text{cut}}$     | z_cut     | 컷 배수                   |
| $A_{\text{cap}}$     | A_cap_RT  | 컷 상한 배수                |
| $\xi_{\text{lag},j}$ | ksi_lag   | 인과 기억 적분 진행률(식 (1.97)) |

Table 11: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다( $z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use\_dh\_eff}$ ). 사용자 실무에서 이 인자들은 Optuna 등 최적화 도구의 탐색 변수로 노출된다.

| 인자(코드)                                                                    | 자리    | 기본값              | 곡선 내 역할(식)                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —                                                 |       |                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)                                                     | 전이    | —                | 평형 중심 $U_j(T)$ ((1.49))                                                                                                                                                                                                      |
| w 또는 n                                                                    | 전이    | — / 1            | 폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.68))                                                                                                                                                                                                  |
| n_T1, n_T_ref                                                             | 전이    | 부재 = 0 / 298.15  | 폭 다중도의 $T$ -선형 잔여 $n_j(T) = n_j + n_{T1}(T - T_{\text{ref}})$ — 부재 시 상수 $n$ 과 동일 (bit-exact), 발효 시 폭·가역 발열 config 계수에 동반 전과 (Part T 폭 $T$ -의존 일반화, §1.15)                                                                    |
| alpha                                                                     | 전이    | 부재 = 1.0         | skew 지수 $\alpha_j$ ((1.77)) — 선택·tier C(피팅). 부재 시 현행 bit-exact. 정점이 $\sigma_d w_j \ln \alpha_j$ 만큼 이동하고 반높이 폭도 함께 변하므로 ((1.78)) n·L_V·gallery 세분과 축퇴 — 동시 자유화 금지 (§1.20 가드; 같은 전이에 alpha ≠ 1 과 L_V > 0 를 함께 주면 경고, 게이트 G-α4) |
| Q                                                                         | 전이    | —                | 용량 가중(면적)                                                                                                                                                                                                                    |
| Omega, gamma                                                              | 전이    | 0, 0             | 상호작용·분기(히스, (1.55)(1.57))                                                                                                                                                                                                    |
| h_eta                                                                     | 전이    | 1.0              | 부분 cycle 분기 인자                                                                                                                                                                                                               |
| dH_a, dS_a                                                                | 전이    | — / 0            | 활성화(꼬리, (1.90))                                                                                                                                                                                                              |
| dVdq_qa                                                                   | 전이    | 0                | 컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.91))                                                                                                                                                                                     |
| L_V                                                                       | 전이    | —                | 직접 지연 길이(동역학 우회)                                                                                                                                                                                                             |
| z_cut, A_cap_RT                                                           | 전이/공통 | 4.357, 4.0       | 컷 affinity ((1.86))                                                                                                                                                                                                          |
| use_dh_eff                                                                | 전이/공통 | True             | 유효 장벽 토글((1.88))                                                                                                                                                                                                             |
| — 생성자 인자(모델 공통) —                                                         |       |                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| x/chi, chi_split                                                          | 공통    | 0.5, func_chi_d  | 전달 계수 $\chi_d$ ((1.87))                                                                                                                                                                                                      |
| Rn                                                                        | 공통    | 0.0              | 분극 저항 ((1.4))                                                                                                                                                                                                                |
| Cbg                                                                       | 공통    | 0.0              | 배경 $C_{\text{bg}}$ (상수 또는 $V$ 함수)                                                                                                                                                                                            |
| seed_T/I/Q_cell                                                           | 공통    | 298.15, 0.1, 1.0 | 진단용 seed $L_V$ 대표 조건                                                                                                                                                                                                         |
| — 호출 인자(curve/dqdv) —                                                     |       |                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction                                 | 호출    | —                | 실험조건 ((1.1))                                                                                                                                                                                                                 |
| — LCO 추가 인자(전이 dict 키·서브클래스, §2.7; 게이트 3키+x_center 는 electronic 결 때 필수) — |       |                  |                                                                                                                                                                                                                              |

| 인자(코드)                                            | 자리       | 기본값                                 | 곡선 내 역할(식)                                                     |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| electronic,x_center                               | 전 이 dict | False, —                            | 전자항 plug-in 스위치·동결 조성                                          |
| g_max_eV,x_MIT,dx_MIT                             | 전 이 dict | 문헌 13/0.85/0.05 (출 처·tier 는 §2.5.4) | MIT 게이트 초기값 ((2.30))                                           |
| _delith_is_discharge                              | 클래스      | 흑연 True/LCO False                   | 셀 라벨→ 탈리튬화 부호 환산 ((2.1))                                       |
| — vib Einstein 양자보정(전이 dict; 부재 = 동결 bit-exact) — |          |                                     |                                                                |
| theta_E,theta_E_Tref                              | 전 이 dict | — / 298.15                          | Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ [K]·기준온도 (Part T Einstein 절, §1.14) |

Table 12: 노드 ↔ 구현 식별자 대응(본문 표 7 의 구현 열).

| 노드            | 구현 식별자                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N0            | curve, _direction_to_sigma                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N1            | dqdv(분극 환산부: $V_n = V_{in} - \sigma_d \cdot I_{abs} \cdot \text{self.Rn}$ )                                                                                                                                                                                                |
| N2            | func_U_j(seam _effective_dS_rxn 경유)                                                                                                                                                                                                                                        |
| N3            | func_dU_hys, func_U_branch                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N4            | func_w, _width                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N5            | func_ksi_eq(오버플로 방지 np.where 이분 평가)                                                                                                                                                                                                                                        |
| N6            | 평형 극한( $L_V \rightarrow 0$ ) 수치 가드: peak_shape = dxi_eq(func_dxi_eq 반환) — alpha 부재(= 1)에서 구 인라인 ksi_eq*(1-ksi_eq)/w 와 부동소수점까지 동일(bit-exact 계약), alpha ≠ 1 에서 skew 중 (1.77)                                                                                                 |
| N7            | _resolve_lag_length, func_L_q                                                                                                                                                                                                                                              |
| N8            | 기억 적분 $\xi_{lag}$ ((1.97)) 의 점별 수치 적분(ksi_lag); 충전 분기는 상한 반전 ((1.103)). 하한 $-\infty$ 실현 = _causal_pad( $V_{prog}$ , $L_V$ ) — 진행방향 과거로 $5L_V$ 만큼 격자를 pad (간격 $\leq L_V/20$ 의 coarse 격자, 상한 4000점) 한 뒤 적분하고 원 격자만 절단 반환. 동결 경로와 ratio 경로 모두 같은 pad 를 쓴다(부록 E G-E2 동결 회수 불변) |
| N9            | peak 모양 용량 가중 합산 → $V_n$ 위 점별 dqdv_out                                                                                                                                                                                                                                     |
| N0'           | LCOcathodeDQDV·LCO_MSMR_LIT                                                                                                                                                                                                                                                |
| N2'           | func_U_j(동일)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N3'           | func_dU_hys, func_U_branch(LCO 값, 동일 함수)                                                                                                                                                                                                                                   |
| N5+           | func_dSe_molar                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N9'           | _effective_dS_rxn                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $\bar{x}$ 진입점 | solve_U_oc(Part T 전하 보존 음함수 (1.122) 의 유일한 근 솔버)·entropy_coefficient_x·reversible_heat_x — 조성 $\bar{x}$ 에서 $U_{oc} \cdot \partial U_{oc} / \partial T \cdot \dot{Q}_{rev}$ 를 직접 산출(additive — 기존 $V_n$ 경로 무섭동; 요구명세는 열특성 부록 D)                                              |



구현 스니펫 두 곳(본문 N2·N7 에서 이관)을 원문 그대로 둔다.

**코드 대응. N2.** if 'dH\_rxn' in tr and 'dS\_rxn' in tr:  $U_j = \text{func\_U\_j}(T_{\text{prog}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$  — 배열  $T$  대응. 없으면  $U_j = \text{float}(tr['U'])$  직접. 실 호출의  $\Delta S$  인자는 *seam\_effective\_dS\_rxn*(tr,  $T_{\text{prog}}$ ) 를 경유한다(흑연 *base* 는 항등으로  $tr['dS_{\text{rxn}}']$  그대로 — *LCO* 전자항 *plug-in* 자리: §2.7). 여기에 *vib* 양자 보정  $\text{vib\_dU}(tr, T_{\text{prog}})$  가 가산된다( $\theta_E$  부재 시 항등 0 — 보정 도입 전과 *bit-exact*). GRAPHITE\_STAGING\_LIT 의 *stage 2→1* 은  $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$ ,  $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)}$   $\Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

**코드 대응. N7 진행.**  $n_{\text{safe}} = |n_j| \rightarrow \mathcal{A}(\text{식 (1.86)}) \rightarrow (\text{chi\_d}, dH_{\text{a\_use}}) = \text{chi\_and\_dH\_eff}(\dots)$  (식 (1.87)·(1.88))  $\rightarrow L_q = \text{func\_L\_q}(\dots, x = \text{chi\_d}, A = A)$  (식 (1.90))  $\rightarrow L_V = |dVdq\_qa| * L_q$  (식 (1.91)). 전이당 상수(대표  $T_{\text{rep}}$ ·대표  $n$ )로 한 번 평가한다.

## 부록 C — 열특성 기호·부호 함정 검산표

본문 여러 절에 흩어진 부호·기호 함정을 한자리에 모은다. 각 항의 올바른 뜻과 흔한 오류는 해당 본문 절에서 명시했으며(근거 열), 이 표는 검수·구현 시의 단일 조회점일 뿐 새 내용을 도입하지 않는다. 본 장 부호 사슬 검산표(§A)와 같은 용도다.

| 항목                      | 올바른 뜻                                                                                               | 흔한 오류(피할 것)                                                               | 근거      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| $s$ vs $\sigma_d$       | $s = +1$ 은 평형 관계 (1.107) 전 용 고정 부호; $\sigma_d(\pm 1)$ 는 방향 (분극·분기·꼬리) 전용                            | $\sigma_d = -1$ 을 평형식에 기계 대 입 $\rightarrow$ 점유/진행률 뒤바뀌는 여집합 오류(중 대칭이라 잠복) | §1.11.2 |
| $\theta$ vs $\xi$       | $\theta = \text{Li}$ 점유율(만충 1), $\xi = 1 - \theta = \text{탈리튬화 진행률}$ (회박 1) — 같은 분포의 두 이름 (§1.11.2) | 둘을 뒤섞으면 $\ln[\xi/(1-\xi)]$ 인 자가 뒤집혀 발산 부호( $\pm\infty$ )를 반대로 읽음          | §1.12.2 |
| $\theta$ vs $\theta_E$  | $\theta = \text{점유율}$ (무차원), $\theta_{E,j} = \text{Einstein 온도 [K]}$ — 아래 첨자 $E$ 가 구분자              | 같은 글자라 점유율로 오독 (차원부터 다른 별개 양)                                             | §1.14   |
| $\bar{x}$ vs $x$        | $\bar{x} \equiv 1 - x = \text{탈리튬화·추출 전하 분율}$ (음함수 (1.122)·그림 21 가로축)                               | Li 함량 $x$ 와 같은 배향으로 착각 $\rightarrow \text{SOC 축 방향 반전}$                   | §1.15.1 |
| $g$ 4종                  | $g_j(x) = \xi(1 - \xi)/w$ 봉우리 가중 [1/V]                                                              | $g_j(\xi)$ (앞 파트 조성 자유에너지)· $g(\theta)$ (BW)· $g(E_F)$ (상태 밀도)와 혼동        | §1.15.1 |
| $F_{\text{vib}}$ vs $F$ | $F_{\text{vib}}$ = 몰당 Helmholtz 자유 에너지( $\Delta F_{\text{vib}} = RT \ln(1 - e^{-\theta_E/T})$ )     | Faraday 상수 $F$ 와 같은 기호로 오해                                                | §1.14.2 |
| $u_j$ vs $x$            | $u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ 무차원 진동 비                                                                | 리튬 함량 $x$ 와 혼동                                                            | §1.14.1 |

| 항목                                                                 | 올바른 뜻                                                                                        | 흔한 오류(피할 것)                                                                               | 근거      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| $u_j$ vs 앞 파트 $u_j$                                                | Einstein 절 $u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ (진동 비 — 절-국소 기호)                                      | 앞 파트 §1.4 spinodal 근 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 와 동명 별개 (같은 문서 내 — 정의 절이 다름) — 혼용 금지 | §1.14.1 |
| “방전 ( $I > 0$ )”                                                   | Bernardi 셀-수지 관례 = 흑연 하프셀 리튬화; 부호는 라벨 아닌 전류 $I$ 로 (충전 $I < 0$ )                              | Part I “방전 = 탈리튬화” 라벨과 같은 단어 반대 방향 혼동 — 최대 부호 위험                                          | §1.17.2 |
| $\Delta S(x)$ vs $\Delta S_{a,j}$                                  | 반응 (평형) 엔트로피 $\Delta S(x)$ 만 가역 발열에 들어감                                                      | 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ (비가역 동역학)를 섞음                                                   | §1.13.3 |
| $\Delta S_{\text{vib}}(T)$ vs $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$ | $\Delta S_{\text{vib}}(T) = S_{\text{vib}}(T) - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}})$ (고정, $T$ 편차) | 부분 $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$ (고정 $T, x$ 편차)와 혼동                                | §1.14.2 |
| $S_e$ 라벨                                                           | 본 장 로컬 식은 eq:Se-ch2(자리당 Sommerfeld $S_e$ , §1.13.2)                                          | LCO 장 (Chapter 2)의 동명 식 eq:Se(별개 장 객체)와 이름 혼동                                             | §1.13.2 |

## 부록 D — 열특성 코드 구현 요구명세(회귀 기준·하위호환)

문건 우선 원칙. 본서가 권위이며, 코드 (Anode\_Fit)는 이후 본서에 맞춰 개정된다. 따라서 이 부록은 현 구현을 기술하지 않는다 — 대신 코드 개정이 재현해야 할 회귀 기준값과 하위호환 조건을 요구명세로 규정한다. 본문 물리·식이 상위이고, 아래는 그 물리를 옮긴 구현이 통과해야 할 검사다. 함수명은 부록(본 부록과 부록 B)에만 등장한다(본문은 교과서 register 로 물리·모델 언어만 쓴다).

**D.1 최종 구현 타깃.** 실전 계산의 유일 타깃은 종합식 (1.132) 이다: 입력  $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$  와 Part I 기원의  $\xi_j(V, T)$  (본 파트 식 (1.108))를 받아, 전하 보존 음함수 (1.122) 로  $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$  를 풀고,  $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$  와  $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$  (1.131) 를 낸다. 진동 온도 편차가 지정되면 입력을  $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$ ,  $U_j \rightarrow U_j + \Delta U_{\text{vib}}(T)$  로 온도 확장한다 (§1.14). 이 타깃의 구현 진입점 명명(요구명세): 조성  $\bar{x}$  를 직접 받는 세 진입점 — `solve_u_oc`( $\bar{x}, T$ ) = 음함수 (1.122) 의 유일한 근 솔버, `entropy_coefficient_x`( $\bar{x}, T$ ) = 그 근에서의  $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$  (완전식 (1.132)), `reversible_heat_x`( $\bar{x}, T, I$ ) = 출구 (1.131) — 를 두고, 기존 내부 전위 입력 `entropy_coefficient`( $V_n, T$ ) 경로는 그대로 유지한다(하위호환 — 두 진입점의 입력 좌표가  $\bar{x}$  vs  $V_n$  으로 다르다는 것이 아래 D.2 첫 행의 함수명 구분 근거다). `solve_u_oc` 가 전제하는 유일한 근은 구현의 우연이 아니라 통계역학의 보증이다 — 입자수 fluctuation 의 positivity  $\partial \langle N \rangle / \partial \mu = \beta \text{var}(N) > 0$  이 음함수 (1.122) 좌변의  $U_{\text{oc}}$  단조를 만든다는 증명은 Part 0 의 다클래스 소절 (§1.2.6 식 (1.40))이 상술한다.

**D.2 회귀 기준값.** 아래 값을 구현이 재현해야 한다(298.15 K, Part I 4-전이 staging[표 2],  $w_j = RT/F$ ).

| 요구 항목                                   | 재현해야 할 기준값                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 근거            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| entropy_coefficient_x( $\bar{x}=0.25$ ) | $\partial U_{oc}/\partial T = -0.204 \text{ mV/K}$ (완전식);<br>단순식 하한 $-0.134$ ; config 몫 $-0.070$<br>(entropy_coefficient 는 $V_n$ 입력 경로 — $\bar{x}$<br>입력은 $_x$ 접미 진입점)                                                                                                                          | §1.18.2(c)    |
| $U_{oc}(\bar{x}=0.25)$                  | $74.4 \text{ mV}$ (음 함수 (1.122) 유일 한 근).<br><i>raw</i> $74.3511 \text{ mV}$ (레거시 상수 — 구<br>현 기본); CODATA-2018 상수 <i>opt-</i><br><i>in</i> (use_si_constants()) 시 $74.3497 \text{ mV}$ 로<br>표시가 $74.3$ 으로 뒤집힌다 ( $-1.4 \mu\text{V}$ , 반<br>올림 절벽 인공물 — 물리 불변). 이 항의<br>정합 판정은 <i>raw</i> 값으로 할 것 | §1.18.2(a)    |
| round-trip 유한차분                         | $[U_{oc}(T+3)-U_{oc}(T-3)]/6 \text{ K} = -0.204$<br>$\text{mV/K}$ , 해석 완전식과 $< 0.001 \mu\text{V/K}$ 일<br>치                                                                                                                                                                                      | §1.18.2(d)    |
| $\dot{Q}_{rev}/I(\bar{x}=0.25)$         | $\Delta S = -19.7 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ , $\dot{Q}_{rev}/I =$<br>$+60.8 \text{ mV}$ (방전 발열)                                                                                                                                                                                          | §1.18.2(e)    |
| SOC 부호 교대(5 점)                          | $\bar{x}=0.10/0.25/0.50/0.75/0.90$ 에 서<br>$\partial U_{oc}/\partial T = -0.307/-0.204/-0.089/+$<br>$0.044/+0.218 \text{ mV/K}$ , $\dot{Q}_{rev}/I =$<br>$+91.5/+60.8/+26.6/-13.2/-64.9$<br>$\text{mV}$ (발열→흡열)                                                                                  | 표 6           |
| 전 범위 파생 A                               | $175$ 점에서 완전식이 유한차분과 표시 정<br>밀도 ( $\lesssim 10^{-2} \text{ mV/K}$ ) 일치, 내부 경계 3 곳<br>연속 블렌드                                                                                                                                                                                                     | §1.15.2, [39] |

**D.3 하위호환 조건.** Einstein 진동 보정 (§1.14)은 선택적이어야 한다: 전이  $j$  의 Einstein 온도  $\theta_{E,j}$  를 지정하지 않으면 두 가산  $\Delta U_{vib}(T)$ ,  $\Delta S_{vib}(T)$  가 모든  $T$  에서 항등적으로 0 이 되어, 보정을 켜기 이전 계산과 완전히 동일한 값(bit-exact)을 내야 한다. 곧 이 개정은  $\theta_{E,j}$  미지정 경로에서 회귀를 일으키지 않는다.

**D.4 입력 규약 준수.** 평형  $\xi_j(V, T)$  는 방향 부호가 아니라  $s=+1$ ·평형 중심  $U_j$ (분기 shift 無)로 평가한다 (§1.18.1). 두-상 전이의 폭  $w_j$  는 평형 예측  $n_j RT/F$  를 강제 값으로 쓰지 않고 다운로드  $dQ/dV$  피팅의 자유 폭으로 받는다 (§1.15.4); 지배 두-상 config 몫은 다운로드 round-trip 확정 전까 지 단순식을 보수적 기준으로 둔다 (§1.18.1). 중심  $U_j$  는  $(-\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j})/F$  환산값으로 평가한다(표시 반올림 전위 입력 금지 — D.2 의  $U_{oc}$  기준행은 이 규약에서만 재현된다, §1.18.2).

## E 자기일관 해법 — ratio 닫힘과 전달함수

본문 §1.8–§1.9 은 동역학 지연을 전이당 한 길이  $L_V$  로 단되, 그  $L_V$  를 컷점에서 상수로 동결했다 (식 (1.86)·(1.91), “실현 미분  $\partial \ln L_q/\partial V = 0$ ”). 이 부록은 그 동결이 우회한 참 자기일관(지연 길이가 점유에 되먹임되는  $L_V = L_V(\xi)$ )을 밝히고, 사용자 방법론(제2종 적분방정식의 미지량을 비로 치환해 닫는 기법, Refs. [41, 42] — 적용 논문 [40])을 이 문제에 이식하여 1차 분석적 닫힌형

을 얻는다. 아울러 동결 기준해의 주과수영역 형태 (저역통과 전달함수)를 제시한다. 이 부록은 본문의 물리 서사를 바꾸지 않는다 — 본문은 동결 근사를 그대로 쓰고, 이 부록은 그 근사가 언제 옳은지를 부등식으로 증명하고(타당성 증명서), 한 차수 정밀한 분석적 보정을 선택지로 준다.

**주의. 적용 범위 — 동역학 지연에만.** 본 부록의 *ratio* 단함·전달함수는 동역학 지연 (§1.8–§1.9, 아래에서 밝히는 비선형 *Volterra* 자기일관)에만 적용된다. 전하 보존  $U_{oc}$  반전(식 (1.40)의 단조 대수 근, 그리고 블렌드 장의 이중합 반전)과 배경 자기일관 ( $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 의 대수 순환)은 적분핵이 없는 대수 근찾기이며, *fluctuation positivity*  $\partial\langle N \rangle / \partial\mu > 0$ (§1.6)이 유일성을 보증하는 가운데 *Newton*·이분으로 이미 저렴·정확하게 풀린다. 곧 이 기법의 대상이 아니다 — 대수 근에 적분방정식 기계를 엮는 것은 과장이므로 여기서 명시적으로 배제한다.

## E.1 비선형 Volterra 자기일관과 동결 0차 기준

(원형 — 동결 기준. 먼저 본문이 실제로 푸는 원형을 적는다.) 식 (1.84)의 지연 방정식을 컷점 기울기로 전압축 환산(식 (1.91))하면, 방전 진행축 위에서 지연  $r \equiv \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 은

$$\frac{dr}{dV} = \sigma(V) - \frac{r}{L_V}, \quad \sigma \equiv \frac{d\xi_{eq}}{dV}, \quad (L_V = \text{const 동결}) \quad (1.133)$$

를 따르고, 이는 상수계수 선형이라 정확한 인과 합성곱해 — 곧 본문 식 (1.97)·(1.94)의  $\xi_{lag}$  — 를 갖는다:

$$\xi_{lag}^{(0)}(V) = \frac{1}{L_V} \int_{-\infty}^V \xi_{eq}(u) e^{-(V-u)/L_V} du, \quad r_0 = \xi_{eq} - \xi_{lag}^{(0)}. \quad (1.134)$$

이 동결해가 아래 이식에서 사용자 논문의 “가해(可解) 기준문제”(단힌형이 이미 있는  $\delta$ -싱크 기준, [40] Eq. 25)에 대응한다 — 가해 기준이 이미 본문·구현에 존재한다는 점이 접목의 전제다.

(상호작용 항 복원 — 완전 문제.) 동결은 완화율  $k_j$  안의 컷 affinity 를 상수로 고정한 결과다. 그러나  $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 는 상호작용 몫  $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 를 통해 점유  $\xi_j$ 에 의존하며 (식 (1.85)·(1.88)),  $L_q \propto e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}$ 이므로 지연 길이가 점유의 함수다. 본문은 이 몫을 깊은 꼬리 극한  $\xi \rightarrow 1$ 의 상수  $+\Omega$ 로 동결했다(식 (1.88)). 그 동결을 풀면, 국소 감쇠율  $\kappa(\xi) \equiv 1/L_V(\xi)$ 는

$$\boxed{\frac{dr}{dV} = \sigma(V) - r \kappa(\xi), \quad \xi = \xi_{eq} - r, \quad \kappa(\xi) = \kappa_0 \exp[-2\chi_d(\Omega/RT)(1 - \xi)]} \quad (1.135)$$

가 된다( $\kappa_0 = 1/L_V^{(0)}$ , 깊은 꼬리  $\xi \rightarrow 1$ 에서  $\kappa = \kappa_0$ 로 동결 회수). 지수의 로그미분  $\partial \ln L_V / \partial \xi = -2\chi_d(\Omega/RT)$ 는 상호작용 몫이 forward 장벽  $-\chi_d \mathcal{A}/RT$ 를 채우는 데서 나오며, 부호는 본문 §1.8 단조성( $V \uparrow \Rightarrow \xi \uparrow \Rightarrow$  장벽  $\downarrow \Rightarrow L_V \downarrow$ )과 정합한다. 충전은 거울이다 — 진행률  $\xi$ 를 탈리튬화 기준 (식 (1.69)의  $s = \sigma_d$ )으로 재는 규약과  $\chi \rightarrow 1 - \chi$ 대칭 덕에  $(1 - \xi)$ 형식이 방향무관하게 성립한다 (구현은 양방향에 동일식 적용). 미지  $\xi = \xi_{eq} - r$ 이 감쇠율  $\kappa$ 안에 들어가 **미지량이 핵 안팎에 동시 등장** — 형식적 정확해는 제2종 *Volterra*(인과·1층) 적분방정식이다:

$$r(V) = \int_{-\infty}^V \sigma(u) \exp\left[-\int_u^V \kappa(\xi(V')) dV'\right] du. \quad (1.136)$$

**배경. 사용자 논문과의 구조 차이.** 논문 [40]의 대상은 고정 구간·양측 결합의 제2종 *Fredholm* 방정식 (Eq. 32)인 반면, 문건의 지연은 가변 상한·인과 1층의 *Volterra*(식 (1.136))이고, 그 수핵은 *rank-1(Markov)*이라 등가 국소형이 1계 ODE(식 (1.135))다. 곧 리터럴한 *Fredholm* 형식의 이식은

성립하지 않는다 — 이식되는 것은 Eq. 34 의 철학(미지량을 비로 남기고 그 비를 가해 기준의 비로 치환)뿐이며, 아래 §E.2 가 그 철학이 *Volterra* 위에서 성립함을 보인다.

## E.2 1차 ratio 닫힘 — 사용자 방법론의 이식

논문의 3단(형식 정확해 → 비 고립 → 가해 기준 비로 치환)을 *Volterra* 판으로 옮긴다. 식 (1.136) 의 핵을 동결핵  $G_0(V, u) = e^{-(V-u)/L_V^{(0)}}$  로 갈라 보정비  $R$  를 고립한다:

$$\exp\left[-\int_u^V \kappa(\xi) dV'\right] = G_0(V, u) \cdot R[V, u; \xi], \quad R[V, u; \xi] = \exp\left[-\int_u^V \delta\kappa(\xi(V')) dV'\right], \quad \delta\kappa \equiv \kappa(\xi) - \kappa_0. \quad (1.137)$$

미지  $\xi$  는 이제 오직 보정비  $R$  를 통해서만 등장한다 — 논문 Eq. 33(“미지량을 비로만 남긴다”)의 대응이다. 논문 Eq. 34(미지 비 → 가해 기준 비,  $\bar{W}_u(r_1)/\bar{W}_u(r)$  를 Eqs. 37-38 로 치환)를 그대로 이식하여,  $R$  안의 미지 궤적  $\xi$  를 가해 기준 궤적  $\xi_0 = \xi_{\text{eq}} - r_0$  (식 (1.134), 기지)로 치환하면 닫힌 형이 나온다:

$$r_1(V) = \int_{-\infty}^V \sigma(u) e^{-(V-u)/L_V^{(0)}} \exp\left[-\int_u^V \delta\kappa(\xi_0(V')) dV'\right] du \quad (1.138)$$

등가 국소형(구현이 그대로 따르는 형)은 기준 궤적 위에서 평가한 변계수 선형 *ODE* 다:

$$\frac{dr_1}{dV} = \sigma(V) - r_1 \kappa(\xi_0(V)), \quad \xi_0 = \xi_{\text{eq}} - r_0 \text{ (기준} \cdot \text{기지)}. \quad (1.139)$$

곧 “자기참조 상태  $\xi = \xi_{\text{eq}} - r$  를 가해 기준  $\xi_0$  로 대체” — 이것이 Eq. 34 철학의 정본 이식이다. *Volterra* 라 각 스텝은  $\mathcal{O}(N)$  전진해이며, 식 (1.139) 은 기준해 위 한 번의 추가 전진 패스로 닫힌다. 구현 각주(v1.0.25). 식 (1.138) 의 하한도 동결해와 똑같이  $-\infty$  이므로, 구현은 두 경로(동결·ratio) 에 같은 인과 *pad* 를 적용한다 — 진행방향 과거로  $5L_V^{(0)}$  확장 후 원 격자만 절단 (§1.9 구현 각주). 한쪽만 *pad* 하면 위 동결극한 정확 회수가 깨지므로 이 대칭이 필수다: 실제로 *pad* 를 동결 경로에 만 넣었을 때 자기일관 게이트의 동결 회수 검사가 실패했고, ratio 경로에 같은 *pad* 를 넣어  $g = 0$  에서  $\|r_1 - r_0\| = 0$  이 복구되었다(아래 derivbox 의 기계정확 항등이 그 검사다).

유도. 동결극한 정확 회수(닫힘 무결성). 상태의존을 끄면( $\Omega \rightarrow 0$  또는  $g \equiv \Omega/RT \rightarrow 0$ )  $\delta\kappa \equiv 0 \Rightarrow R \equiv 1 \Rightarrow r_1 = r_0$  가 정확히 성립한다(식 (1.138) 이 식 (1.134) 로 환원). 수치 계산(커밋 스크립트 comp\_v23/p1\_ratio\_check.py):  $g = 0$  에서  $\|r_1 - r_0\| = 0$  (기계정확 —  $r_1$  이  $r_0$  로 항등 환원),  $g$  축소 시 동결오차  $\text{err}_0 \sim \mathcal{O}(\varepsilon)$  대비 보정오차  $\text{err}_1 \sim \mathcal{O}(\varepsilon^2)$  ( $\varepsilon$  반감 시  $\text{err}_0$  은  $\frac{1}{2}$ · $\text{err}_1$  은  $\frac{1}{4}$  로 감소 확인) — ratio 치환이 선행 차수 오차를 제거함(논문 “비는 함수보다 근사에 둔감”의 수치 확증).

## E.3 ref. 방법론 도입 기록 — 서지·위치·구조·매핑·가정차

외부 방법론을 도입할 때 요구되는 다섯 항을 분리 기록한다.

① 서지. 적용 논문 = K. Lee, S. Lee, C. H. Choi, S. Lee, *J. Chem. Phys.* **147**, 144111 (2017) [40]. 원 방법론(제2종 Fredholm 의 효율 해법) = Ref. 6 [41]·Ref. 7 [42].

② 논문 내 사용 위치. [40]: Eq. (32)=자연 재결합쌍  $\bar{W}_u(r)$  의 제2종 Fredholm; Eq. (33)=형식 정확해(미지량을 비로 고립); Eq. (34)=결정적 근사(미지 비 →  $\delta$ -싱크 가해기준 비 Eqs. 37-38,



단한형 Eq. 25); 타당성 = Sec. III. 원 유도는 Refs. 6·7. (페이지·문단 세부는 원문 대조로 확정 — 본 판은 방법 구조 기준.)

③ 원 방법론 수학 구조. [상수]  $-f(r) = \int K(r, r_1)f(r_1)dr_1$  (미지  $f$  선형·상수원)에서  $f(r)$  로 나눠 미지를 비  $f(r_1)/f(r)$  로 고립  $\Rightarrow f(r) = 1/[1 + \int K(\text{비})dr_1]$ . 그 비를 가해 기준문제 비  $f^0(r_1)/f^0(r)$  로 치환  $\Rightarrow$  단한형. 근거 = 비는 함수보다 근사에 둔감.

④ 변수 매핑(graphite lag).  $\bar{W}_u(r) \leftrightarrow$  지연  $r(V)$ ; 적분핵  $K \leftrightarrow$  기억핵  $\exp[-\int \kappa dV']$ ; 가해 기준( $\delta$ -싱크 Eq. 25) $\leftrightarrow$  동결 합성곱  $r_0$ (식 (1.134)); 미지 비  $\leftrightarrow$  보정비  $R$ (식 (1.137)); 온사거 척도  $r_c \leftrightarrow$  동결  $L_V^{(0)}$ ; 접촉 반응성  $\sigma_{\text{sink}} \leftrightarrow$  핵 지지폭  $L_V/w$ .

⑤ 물리 가정 차(그대로 이식 금지). (1) 종이 다름 — Fredholm(전역·양측) vs Volterra(인과·1 측=Markov): 문건은 등가 국소 ODE 라 저렴한 전진해가 존재하므로 ratio 의 계산 동기가 전이되지 않는다. (2) 되먹임 경로 — 논문은  $\bar{W}$  가 적분 안, 문건은  $\xi$  가 감쇠율  $\kappa$  안(지수적)이라 선형화가 곧 “기준 궤적 대입”(식 (1.139)). (3) 소파라미터 — 논문 Sec. III 타당성  $\leftrightarrow$  문건  $\varepsilon$ (식 (1.140)); 고전류·강  $\Omega$  에서 붕괴. (4) 규격 — 논문  $\bar{W} \in [0, 1]$  확률 vs 문건  $r$  유계 지연 (양수성은 §1.9 이 별도 보증).

핵심. 이식의 실질 이득. 문건 지연의 자기일관은 Markov(지수핵)라 완전 문제 자체가  $\mathcal{O}(N)$  전진 ODE 다 — 동결 0차·1차 ratio·완전 비선형 Picard 수렴이 모두  $\mathcal{O}(N)$ . 따라서 이 이식의 의의는 논문에서의 “전역 역산 회피(계산 절감)”가 아니라, (i) 동결 근사 위의 분석적 1차 단한형 (식 (1.138)), (ii) 동결이 언제 옳은지를 정량하는 타당 조건(식 (1.140)), (iii) 사용자 방법의 문건 내 시연 — 이 셋이다. 이는 “수치 인과기억 루프를 계산 절감으로 대체”를 뜻하지 않는다.

#### E.4 타당성 부등식 — 동결 근사의 유효 조건

1차 치환의 오차원은 보정비 지수  $\int_u^V \delta\kappa(\xi_0)dV'$  가 핵 지지폭( $\sim L_V$ ) 위에서 작아야 한다는 것이다.  $\delta\kappa \cdot L_V \approx \delta \ln L_V$  이고  $\partial \ln L_V / \partial \xi = -2\chi_d(\Omega/RT)$ (식 (1.135))이므로, 지지폭 위  $\xi$  변동  $\Delta\xi_{\text{supp}}$  에 대해

$$\varepsilon \equiv \left| \frac{\partial \ln L_V}{\partial \xi} \right| \Delta\xi_{\text{supp}} = 2\chi_d(\Omega/RT) \Delta\xi_{\text{supp}} \ll 1, \quad \Delta\xi_{\text{supp}} \approx \frac{L_V}{4w} \quad (1.140)$$

이 성립할 때 1차 단함이 제어된 근사다.  $\varepsilon$  은 자기일관 반복(Picard)의 스텝당 수축률과 정합한다 (비례계수  $\sim 1.5$  내) — 수치(comp\_v23/p1\_ratio\_check.py):  $\varepsilon = 0.031$  에서  $\text{err}_1/\text{err}_0 \approx 0.03$ ,  $\varepsilon = 0.125$  에서  $\approx 0.17$ ,  $\varepsilon = 0.25$  에서  $\approx 0.47$ (수축 정지 근방). 논문 Sec. III 의 세 타당성과 1:1 로 대응한다:

| 논문 Sec. III 타당성                    | 물리 의미                              | 문건 대응(lag)                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) 비등방 섭동(perturbation) $K$ 과대 아님 | 기준 이탈이 소섭동                         | 상태의존 $\delta\kappa$ 가 동결률 $\kappa_0$ 의 소 섭동 ( $2\chi_d(\Omega/RT)\Delta\xi_{\text{supp}} \ll 1$ )                                    |
| (ii) 온사거 척도 $r_c$ 지배               | 가해 기준이 지배 물리 포착                    | 동결 $L_V^{(0)}$ 지배, $\Omega$ 변조는 하위 보정                                                                                                |
| (iii) 접촉 반응성 소(단거리 싱크)             | 싱크 단거리 $\rightarrow \delta$ -기준 지배 | 기억핵 단거리 $L_V/w \rightarrow 0$ 이면 $\varepsilon \rightarrow 0$                                                                         |
| (iii') “반응대 넓어짐 $\rightarrow$ 악화”  | 싱크 광역화                             | 고전류 $L_V \uparrow (\propto  I ) \rightarrow \Delta\xi_{\text{supp}} \sim \mathcal{O}(1) \rightarrow \varepsilon \sim \mathcal{O}(1)$ |

**주의. 열화 조건.**  $\varepsilon \gtrsim 0.5$ (고전류  $L_V/w \gtrsim 1$ 이며 강 상호작용  $\Omega \gtrsim 2RT$ )에서는 1차 보정도 반복도 무력해진다 — 논문 “반응대가 넓어지면 근사가 악화된다”의 문건판이다. 이 영역에서는 식 (1.135)의 참 비선형 전진해(직접 적분)를 쓴다. 반대로 기본 상태처럼  $L_V/w$ 가 매우 작아 꼬리가 평형종에서 갈라지지 않는 영역 (§1.9의  $L_V \rightarrow 0$  해석적 극한, 식 (1.102))에서는 자연 자체가 휴면이라 보정이 무의미하다. 실이득창은 중간 전류 ( $0.1 \lesssim L_V/w \lesssim 0.6$ )로, 여기서 1차가 동결오차를 2–10× 감축한다 (창 상단  $\varepsilon \approx 0.25$  서  $\sim 2\times$ , 하단서  $\sim 10\times$ ).

## E.5 전달함수 — 동결 기준해의 주파수영역 형태

동결 0차(식 (1.133))는 병진불변 선형시스템(LTI)이라 진행축  $V$ 의 Fourier 쉼레  $\omega$ 에서 대각화된다. 1계 완화의 전달함수는 저역통과다:

$$\hat{\xi}_{\text{lag}}(\omega) = H(\omega) \hat{\xi}_{\text{eq}}(\omega), \quad \boxed{H(\omega) = \frac{1}{1 + i\omega L_V}}, \quad \left. \frac{dQ}{dV} \right|_{\text{app}}(\omega) = H(\omega) \left. \frac{dQ}{dV} \right|_{\text{eq}}(\omega), \quad (1.141)$$

$dQ/dV$ 가 선형 범함수라 그 자체가 같은  $H$ 로 필터된다. 크기  $|H| = [1 + (\omega L_V)^2]^{-1/2}$ 는 대칭 저역통과 (폭 예산 ②③ 크기 규정), 위상  $\arg H = -\arctan(\omega L_V)$ 는 인과 skew(① 꼬리 규정), 차단은  $\omega_c = 1/L_V$  ( $|H(\omega_c)| = 1/\sqrt{2}$ ). 수치(커밋 게이트 G-E4, `test_gates_v1024_selfconsistent.py`): 전달함수 필터가 동결 인과 합성곱(`_causal_memory_pointwise`)을 상대 RMS  $3.96 \times 10^{-6}$ 로 재현( $\omega_c$ ·반출력점 정합). 한 문장으로: 관측  $dQ/dV$ 는 평형 곡선을 (상태의존) 저역통과 필터에 통과시킨 것이다.

1차의 주파수 해석. 상태의존  $\kappa(\xi_0(V))$ 는 병진불변을 깨므로 단일  $H$ 가 없다 — 극점  $1/L_V$ 가  $V$ 를 따라 완만히 이동하는 공간변조 저역통과다.  $\varepsilon \ll 1$ 에서 극점 변조가 소섭동이라 “약하게 처프된 1차 필터”로 읽히고,  $\varepsilon \sim 1$ 에서 필터 개념 자체가 붕괴한다(강 비선형).

## E.6 구현 대응 지도

본 부록의 수식과 구현(`Anode_Fit_v1.0.24.py`)의 대응은 다음과 같다(부록 B의 지도 확장).

Table 15: 자기일관 해법  $\leftrightarrow$  구현 대응.

| 부록 E 수식                                          | 구현 식별자                                                                                                            | 비고                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 동결 0차 $\xi_{\text{lag}}^{(0)}$ ((1.134))         | <code>_causal_memory_pointwise</code>                                                                             | 구간별 지수 정학적분(현행 기본 경로)                                                                                                                          |
| 동결 길이 $L_V^{(0)}$<br>감쇠율 $\kappa(\xi)$ ((1.135)) | <code>_resolve_lag_length, func_L_q</code><br><code>_causal_memory_ratio(L<sub>loc</sub>), _lag_ratio_corr</code> | 컷 동결 상수(식 (1.91))<br>$\kappa(\xi) = L_V^{(0)} e^{2\chi_d(\Omega/RT)(1-\xi)}$ ; 세기 $g_{\text{eff}} = 2\chi_d\Omega/RT$ (보강 off/ $\Omega=0$ 면 0) |
| 1차 ratio 보정 $r_1$ ((1.139))                      | <code>_causal_memory_ratio</code> , 플래그<br><code>lag_ratio_correction</code>                                      | 기준 궤적 $\xi_0$ 위 변계수 선형 — 한 전진 패스(기본 off = 동결 bit-exact)                                                                                        |
| 전달함수 $H(\omega)$ ((1.141))                       | <code>transfer_apparent_from_equilibrium</code>                                                                   | 동결 기준해의 주파수형(기기 응답·균일격자 FFT)                                                                                                                   |

현행 기본 경로는 동결 0차(\_causal\_memory\_pointwise)이며, 상태의존·1차 ratio·전달함수 경로는 선택적 고정밀 분석 경로로 제공된다 — 동결 경로를 끄지 않으면 기존 결과와 bit-exact 다. 열화 영역( $\epsilon \gtrsim 0.5$ )의 “정확 경로”는 참 비선형 전진해(식 (1.135) 직접 적분)가 더 자연스럽게, ratio 는 그 사이의 분석적 중간항임을 명기한다(계산 절감이 아닌 분석적 닫힘·증명서로서의 가치, §E.3 keybox).

## References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of  $\text{Li}_x\text{C}_6$ ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes and Their Application as a Negative Electrode for a Lithium Ion (Shuttlecock) Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] S. Glasstone, K. J. Laidler, H. Eyring, *The Theory of Rate Processes: The Kinetics of Chemical Reactions, Viscosity, Diffusion and Electrochemical Phenomena*, McGraw-Hill (1941).
- [6] K. J. Laidler, M. C. King, “The development of transition-state theory,” *J. Phys. Chem.* **87**(15), 2657–2664 (1983). DOI: 10.1021/j100238a002.
- [7] T. L. Hill, *An Introduction to Statistical Thermodynamics*, Addison-Wesley (1960); Dover reprint (1986) — Ch. 7 (국소화 흡착의 대정준 유도,  $q(T)$  와 Langmuir 등온선).
- [8] R. H. Fowler and E. A. Guggenheim, *Statistical Thermodynamics*, Cambridge Univ. Press (1939) — 국소화 단분자층 흡착의 통계역학 유도.
- [9] D. A. McQuarrie, *Statistical Mechanics*, Harper & Row (1976); Univ. Science Books reprint (2000) — 독립 부분계 분배함수의 인수분해와 흡착 등온선.
- [10] N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Holt, Rinehart and Winston (1976) — 전자 기체의 Fermi-Dirac 통계와 Sommerfeld 전개(Ch. 2·Appendix C, 장 수준 인용).
- [11] W. R. McKinnon and R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry*, No. 15 (R. E. White, J. O’M. Bockris, B. E. Conway, eds.), Plenum Press (1983), pp. 235–304 — 격자기체 삽입 등온선의 원전.
- [12] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.

- [13] W. Dreyer, C. Gohlke, and M. Herrmann, “Hysteresis and phase transition in many-particle storage systems,” *Contin. Mech. Thermodyn.* **23**(3), 211–231 (2011). DOI: 10.1007/s00161-010-0178-1. [many-particle 준안정성·순차 전환의 이론 상세 — dreyer2010 의 동반 논문.]
- [14] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [15] W. Weppner and R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes and Application to the System  $\text{Li}_3\text{Sb}$ ,” *J. Electrochem. Soc.* **124**(10), 1569–1578 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112. [GITT 원전 — 준평형 OCV 측정법.]
- [16] S. W. Baek, M. Saber, A. Van der Ven, and L. Pilon, “Thermodynamic Analysis and Interpretative Guide to Entropic Potential Measurements of Lithium-Ion Battery Electrodes,” *J. Phys. Chem. C* **126**(14), 6096–6110 (2022). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c10414. [전위차 엔트로피 측정↔상전이 유형 해석 리뷰, tier B — load-bearing 주장엔 1차 문헌 병기.]
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] A. Świdarska-Mocek, E. Rudnicka, and A. Lewandowski, “Temperature coefficients of Li-ion battery single electrode potentials and related entropy changes—revisited,” *Phys. Chem. Chem. Phys.* **21**, 2115 (2019). DOI: 10.1039/c8cp06638h. [ $\text{LiCoO}_2$  단전극  $\partial\phi/\partial T \approx +0.83$  mV/K, tier B.]
- [19] M. D. Levi and D. Aurbach, “Frumkin intercalation isotherm — a tool for the description of lithium insertion into host materials: a review,” *Electrochim. Acta* **45**, 167–185 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00202-9. [내재 평형 폭·Frumkin 등온선.]
- [20] H. Onuma, K. Kubota, S. Muratsubaki, W. Ota, M. Shishkin, H. Sato, K. Yamashita, S. Yasuno, and S. Komaba, “Phase evolution of electrochemically potassium intercalated graphite,” *J. Mater. Chem. A* **9**, 11187–11200 (2021). DOI: 10.1039/D0TA12607A. [저자·제목·권쪽은 Crossref 로 확정. 흑연 staging 전이별 1차/연속 구분 (dilute·4L–3L = solid-solution plateau 없음, 나머지 = two-phase plateau)은 이 문헌이 비교로 정리한 흑연 삽입 상전이 순서에서 읽음 — K-graphite 가 주제이나 Li-graphite staging 순서를 대조 제시 (tier B, 비교 인용).]
- [21] A. Fly and R. Chen, “Rate dependency of incremental capacity analysis ( $dQ/dV$ ) as a diagnostic tool for lithium-ion batteries,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329. [C-rate↑ 일수록 peak 고전위 이동·둔화 — 동역학 비대칭 꼬리. 저자·제목·DOI 연도는 Crossref 로 확정 (저자 2인 A. Fly, R. Chen — 권 **29**, 아티클 101329).]
- [22] J. R. Dahn, T. Zheng, Y. Liu, and J. S. Xue, “Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials,” *Science* **270**(5236), 590–593 (1995). DOI: 10.1126/science.270.5236.590. [탄소 음극의 구조 무질서·흑연화도와 리튬 삽입의 *intra-particle* 용량 한계 통계 ( $x_{\max} = 1 - P$  site-blocking 무질서 모델). 용량-한계 예시로 인용 — 비-크기 구조 무질서가 실재함은 보이나, inter-particle 의 apparent- $U(\eta)$  분포 형상을 직접 정량하는 1차 근거는 아님 (tier C 근거 미발견).]

- [23] J. H. Park, H. Yoon, Y. Cho, and C.-Y. Yoo, “Investigation of Lithium Ion Diffusion of Graphite Anode by the Galvanostatic Intermittent Titration Technique,” *Materials* **14**(16), 4683 (2021). DOI: 10.3390/ma14164683. [흑연 하프셀 GITT — 준평형 OCP 가 입자 크기·전극 형상 무관 staging 전위 상수임을 보고;  $D_{\text{Li}} \approx 10^{-11}$ – $4 \times 10^{-10}$  cm<sup>2</sup>/s. 서지는 Crossref 재확인.]
- [24] Y. Reynier, R. Yazami, and B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119**–**121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4. [흑연 삽입 엔트로피·엔탈피 실측 — 부호·스케일 anchor(tier B), 전이별 정밀값 아님.]
- [25] K. Persson, V. A. Sethuraman, L. J. Hardwick, Y. Hinuma, Y. S. Meng, A. van der Ven, V. Srinivasan, R. Kostecki, and G. Ceder, “Lithium Diffusion in Graphitic Carbon,” *J. Phys. Chem. Lett.* **1**, 1176–1180 (2010). DOI: 10.1021/jz100188d. [제일원리+ 실측 Li-흑연 확산 — 이동 장벽 스케일(tier C).]
- [26] K. Persson, Y. Hinuma, Y. S. Meng, A. Van der Ven, and G. Ceder, “Thermodynamic and kinetic properties of the Li-graphite system from first-principles calculations,” *Phys. Rev. B* **82**, 125416 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevB.82.125416. [Li-흑연 열역학·동역학 제일원리 — 조성 의존 경향의 근거(tier C).]
- [27] D. A. Cogswell and M. Z. Bazant, “Coherency Strain and the Kinetics of Phase Separation in LiFePO<sub>4</sub> Nanoparticles,” *ACS Nano* **6**, 2215–2225 (2012). DOI: 10.1021/nm204177u. [상 분리 입자 전극의 계면 에너지 논의 참조 — 본 문건  $\gamma$  수치의 출처 아님(스케일 상정은 tier C).]
- [28] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [29] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). (OCV( $T$ ): slope =  $\Delta S$ , intercept =  $\Delta H$ ; lattice-gas insertion thermodynamics.)
- [30] R. A. Huggins, *Advanced Batteries: Materials Science Aspects*, Springer (2009). (격자기체 삽입 전극 열역학·Bragg–Williams 평형 전위.)
- [31] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [32] M. P. Mercer, M. Otero, M. Ferrer-Huerta, A. Sigal, D. E. Barraco, H. E. Hoster, E. P. M. Leiva, “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* **324**, 134774 (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.134774. [방법 수준 인용 — 원문 식 미확보.]
- [33] S. Konar, U. Häussermann, G. Svensson, “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27**(7), 2566–2575 (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [형성  $\Delta H$  calorimetry — abstract tier.]



- [34] J. Haruyama, S. Takagi, K. Shimoda, I. Watanabe, K. Sodeyama, T. Ikeshoji, M. Otani, “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles Calculations with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125**(51), 27891–27900 (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier.]
- [35] T. R. Garrick, B. J. Koch, M. Choi, X. Du, A. M. Adeyinka, J. A. Staser, S.-Y. Choe, “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(2), 023502 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27. [Chapter 1 이 인용하는 ECS Advances 의 “Part 1”(MCMB 흑연 파라미터화, DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c)과는 별개 논문 — 두 문헌이 공유하는 것은 Part II(DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9) 뿐이다.]
- [36] A. Paul, K. Wolfe, M. W. Verbrugge, B. J. Koch, J. S. Lowe, J. Tremblay, J. A. Staser, T. R. Garrick, “Quantifying the Temperature Dependence of the Multi-Species, Multi-Reaction Model: Part II. Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(10), 103505 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [37] A. Hales, J. Bulman, “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(5), 050535 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [38] I. Zilberman, A. Rheinfeld, A. Jossen, “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* **395**, 179–184 (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.052.
- [39] 본 연구 내부 수치 검증(Derivative A), Anode\_Fit v1.0.19 4-전이 흑연 staging 파라미터, 유한차분 vs. 가중식 비교 (2026). [내부 자료 — 표시 정밀도 일치 확인, 본문 §1.15.1-§1.15.2 요지.]
- [40] K. Lee, S. Lee, C. H. Choi, and S. Lee, “Effects of external electric field and anisotropic long-range reactivity on charge separation probability,” *J. Chem. Phys.* **147**(14), 144111 (2017). DOI: 10.1063/1.5000882. [제2종 Fredholm 방정식의 미지량을 비로 치환해 닫는 방법(Eq. 32→34→39)을 적용 — 부록 E 의 ratio 닫힘 원천(적용 논문).]
- [41] S. Lee, C. Y. Son, J. Sung, and S. Chong, “Communication: Propagator for diffusive dynamics of an interacting molecular pair,” *J. Chem. Phys.* **134**, 121102 (2011). DOI: 10.1063/1.3565476. [제2종 Fredholm 방정식의 효율 해법(ratio 근사) 원 유도이자 [42](Ref. 7)의 선행, [40] Ref. 6 (제목·DOI Crossref 확정).]
- [42] C. Y. Son, J. Kim, J.-H. Kim, J. S. Kim, and S. Lee, “An accurate expression for the rates of diffusion-influenced bimolecular reactions with long-range reactivity,” *J. Chem. Phys.* **138**(16), 164123 (2013). DOI: 10.1063/1.4802584. [ratio 닫힘 방법론의 확장 유도 — [40] Ref. 7 (제목·DOI Crossref 확정).]
- [43] J. Schmitt *et al.*, “Understanding the Influence of Temperature on Phase Evolution during Lithium–Graphite (De-)Intercalation Processes: An Operando X-ray Diffraction Study,” *ChemElectroChem* **9**, e202101342 (2022). DOI: 10.1002/celec.202101342. [탈리툼 방향 operando XRD — stage-2L 형성이 43 °C 뚜렷·0 °C 부재(온도 의존 stage-2L 독립 근거). tier B — 제목·저널·연도·DOI 웹 확인, 저자 전체·권쪽은 사용 시 Crossref 최종 대조.]

- [44] M. W. Verbrugge, D. R. Baker, B. J. Koch, X. Xiao, and W. Gu, “Thermodynamic Model for Substitutional Materials: Application to Lithiated Graphite, Spinel Manganese Oxide, Silicon, and Their Alloys,” *J. Electrochem. Soc.* **164**(11), E3243–E3253 (2017). DOI: 10.1149/2.0341708jes. [substitutional 열역학  $\omega$ (상호작용)-형식 — MSMR  $\omega_j=w_jF/RT$  원전(6-gallery 흑연 적합 계보). tier B.]