

# Chapter 1

## 흑연 음극 $dQ/dV$ 이론: 하나의 속도식에서 피팅까지

### 서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선  $Q(V)$ 의 미분  $dQ/dV$ 를 본다 [19, 17]. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이(stage  $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ )를 거치며, 여기서 2L은 stage-2의 희박하고 면내 질서가 풀린(liquid-like) 단계를 가리킨다 [1, 2, 3]. 각 상전이가 일어나는 전위에서  $dQ/dV$ 에는 **peak**가 선다. 일차 상전이 동안 두 상이 공존하면 전위는 거의 평탄하게 머무는데(왜 평탄한지는 §1.5에서 단한다), 그동안에도 전하는 계속 흘러 들어간다. 좁은  $dV$  구간에 큰  $dQ$ 가 몰리는 것이므로  $dQ/dV$ 는 그 전위에서 치솟는다. 따라서 “전위 평탄 구간 = ICA peak”가 본 문건 전체가 다루는 대상의 정의가 된다.

본 문건이 설명하고 피팅하려는 관측은 다음과 같다.

$dQ/dV$ 의 상전이 *peak*는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) 극판 전위, (c) *C-rate*(전류) 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록, 그리고 전류가 클수록 *peak*의 꼬리(*tail*)가 길게 늘어져 다음 *peak*와 겹친다. 나아가 같은 전위가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

접근 — 모든 식은 하나의 속도식에서 가치를 친다. 위 관측의 세 인자는 서로 무관해 보이지만, 본 문건은 이들을 한 식의 세 갈래로 통일한다. 그 식은 활성화 장벽을 넘는 반응의 속도식

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right]$$

이며, §1.2에서 식 (1.2)로 정식 도입되어 끝까지 본 문건의 척추가 된다. 세 인자가 들어가는 자리는 각각 다음과 같다. 온도는 지수의 분모에 직접 앉아 속도를 지수적으로 바꾼다. 극판 전위는 장벽 높이  $\Delta G_a$  자체를 기울여 낮춘다. *C-rate*는 전류가 요구하는 전환 속도와 이  $k$ 의 경쟁으로 들어와,  $k$ 가 따라가지 못하는 만큼이 꼬리가 된다. 평형 열역학조차 이 식의 밖에 있지 않다 — 정방향과 역방향의 속도가 같아져 알짜 진행이 멈추는 정지점이 곧 평형이며, 평형 등온선은 그 정지점으로서 회수된다 (§1.4). 이 구성 덕분에 문건의 어느 식을 만나든 “이 항이 속도식의 어느 자리에서 왔는가”를 되짚을 수 있다.

본론은 방전이고, 도착점은 피팅이다. 주 전개는 방전(탈리튬화)  $dQ/dV$ 다. 속도식과 그 정지점(평형)을 세우고, 상호작용이 평형을 어떻게 비트는지 (§1.5), 관측축이 무엇인지 (§1.6)를 정의한 뒤, 세 인자의 가치를 차례로 달으면 방전 ICA 전체가 한 줄 피팅식과 실행 가능한 알고리즘 (§1.15)으로 모인다. 충방전 히스테리시스는 그 본론 위에 세우는 확장이다 — 방전 전개에서 이미 등장한 상분리가 분기를 만들기 때문에, 전이 중심과 분극 부호만 방향별로 바꾸면 양방향에 같은 골격으로 단한다 (§1.13 이하).

읽는 두 경로. 이론 독자는 절 순서대로 읽으면 된다 — 각 절이 앞 절의 결과만 써서 닫히도록 배열되어 있다. 피팅이 급한 실무 독자는 §1.15의 통합식과 알고리즘·한눈 참조표를 먼저 보고, 각 항의 유도가

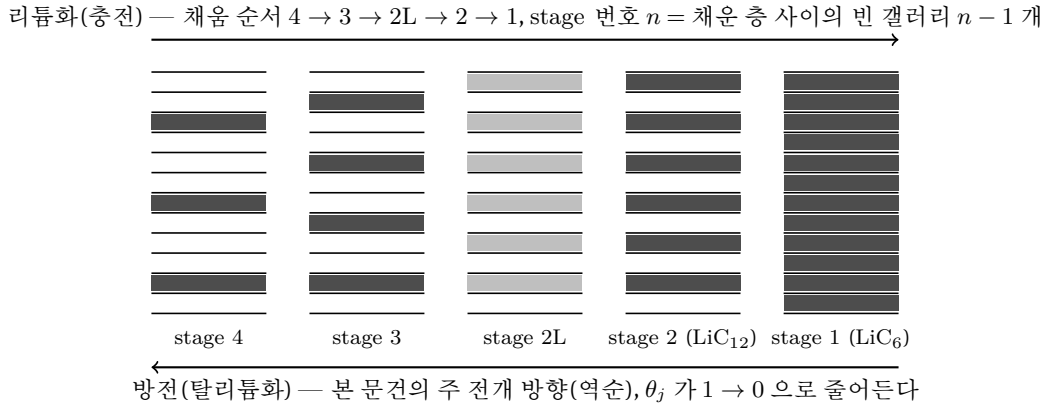


Figure 1: 흑연 staging 의 갤러리 채움 도식. 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC<sub>6</sub>, 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가  $dQ/dV$  에 peak 하나를 남긴다. stage 2L 은 stage 2 와 같은 주기이되 갤러리 안이 희박하고 면내 질서가 풀린(liquid-like) 단계라 열게 표시했다. 개념도이며 — 실제 채움은 갤러리 전체가 아니라 국소 도메인 단위로 진행되고 층의 굽힘을 동반한다(Daumas-Hérolld 그림, §1.3).

궁금할 때 해당 절로 거슬러 올라와도 된다. 다만 식의 적용 한계(가정 울타리와 반증 조건)는 §1.15 와 §1.16 에 있으므로, 어느 경로든 그 둘은 건너뛰지 않기를 권한다. 이 구성이 끝에서 갇아야 할 약속은 둘이다 — 실데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것 (§1.15 · §1.17), 그리고 어떻게 틀릴 수 있는지까지 스스로 말할 것(반증 조건 — §1.16).

**흑연 staging 배경.** 흑연의 리튬화는 층간 갤러리를 단번에 채우지 않고 stage 순서 4 → 3 → 2L → 2 → 1 로 단계적으로 채운다 [1, 2](그림 1). stage 번호  $n$  은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갤러리  $n - 1$  개”를 뜻한다. 채울수록  $n$  이 줄어 stage 1= LiC<sub>6</sub>(완전 채움)·stage 2= LiC<sub>12</sub> 가 되며 — 두 조성식은 근사값이다 — stage 3·4·2L 은 더 희박한 조성이다. 각 stage 전이가  $dQ/dV$  에 peak 를 하나씩 남기고, 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 peak 수가  $N_p \approx 3-4$  가 된다 — 본 문건이 전이  $j = 1, \dots, N_p$  로 다루는 대상이다. 위 채움 순서는 리튬화(충전) 방향이고, 본 문건의 주 전개는 방전=탈리튬화 기준이므로 진행은 그 역순이다 — 점유율  $\theta_j$  가 1 → 0 으로 줄고 stage 는 역방향으로 풀린다.

## Contents

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 서론                                                    | 1 |
| 1.1 기호와 규약                                            | 3 |
| 1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도                               | 4 |
| 1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가 . . . . .                    | 4 |
| 1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도 . . . . .                  | 5 |
| 1.3 열역학 다리 — $G$ 에서 $\mu$ 까지                          | 6 |
| 1.3.1 $G$ — 등온·등압 세계의 퍼텐셜 . . . . .                   | 6 |
| 1.3.2 $\mu$ — 입자 하나를 더할 때의 $G$ . . . . .              | 6 |
| 1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다 . . . . . | 7 |

|             |                                            |           |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1.3.4       | 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치 . . . . .            | 8         |
| <b>1.4</b>  | <b>정·역 속도와 평형의 회수</b>                      | <b>9</b>  |
| 1.4.1       | 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기 . . . . .           | 9         |
| 1.4.2       | 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동 . . . . .         | 10        |
| 1.4.3       | 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다 . . . . .             | 10        |
| <b>1.5</b>  | <b>상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳</b>              | <b>12</b> |
| 1.5.1       | $\Omega$ 가 등온선에 들어오는 자리 . . . . .          | 12        |
| 1.5.2       | 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간 . . . . .          | 13        |
| <b>1.6</b>  | <b>관측축 — 전하 보존과 내부 전위 <math>V_n</math></b> | <b>15</b> |
| 1.6.1       | 전하 보존 — $V_n$ 은 풀려서 나오는 값이다 . . . . .      | 15        |
| 1.6.2       | 세 전위 — 내부·측정·구동 . . . . .                  | 16        |
| 1.6.3       | 관측 $dQ/dV$ — 어떤 미분인가 . . . . .             | 16        |
| <b>1.7</b>  | <b>평형 peak 기준선</b>                         | <b>18</b> |
| 1.7.1       | logistic 의 미분 — 종 모양 . . . . .             | 18        |
| 1.7.2       | 온도가 기준선을 움직이는 두 길 . . . . .                | 18        |
| <b>1.8</b>  | <b>C-rate 가지 — 지연과 꼬리</b>                  | <b>19</b> |
| 1.8.1       | 측정축으로 옮긴 운동방정식 . . . . .                   | 19        |
| 1.8.2       | 일반해 — 지수 기억 . . . . .                      | 19        |
| 1.8.3       | 두 극한 — 상승부와 꼬리 . . . . .                   | 20        |
| <b>1.9</b>  | <b>전위 가지 — 유효 장벽</b>                       | <b>22</b> |
| 1.9.1       | 유효 장벽과 forward 극한 . . . . .                | 22        |
| 1.9.2       | 꼬리 길이의 전위 의존 . . . . .                     | 22        |
| <b>1.10</b> | <b>온도 가지 — Arrhenius 와 입자 분포</b>           | <b>23</b> |
| 1.10.1      | Arrhenius 회귀 — 엔탈피만 기울기에 남기기 . . . . .     | 23        |
| 1.10.2      | 입자 분포 — 같은 온도가 산포를 키운다 . . . . .           | 24        |
| <b>1.11</b> | <b>합성 — 방전 닫힌식과 세 인자 의존</b>                | <b>25</b> |
| 1.11.1      | 닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분 . . . . .           | 25        |
| 1.11.2      | 세 인자 의존 한눈에 . . . . .                      | 26        |
| 1.11.3      | 식별의 원칙 — 비순환 . . . . .                     | 27        |
| <b>1.12</b> | <b>다전이 합산과 겹침</b>                          | <b>28</b> |
| 1.12.1      | 합산은 보존, 독립은 가정 . . . . .                   | 28        |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 1.12.2 융합의 두 조건과 forward 원칙                | 28        |
| <b>1.13 [확장] 충방전 분기와 히스테리시스 gap</b>        | <b>29</b> |
| 1.13.1 평형 전위 곡선과 과주행                       | 29        |
| 1.13.2 gap 의 닫힌 꼴                          | 30        |
| 1.13.3 실측 분기 — 축소 인자 $\gamma_j$            | 31        |
| <b>1.14 [확장] 관측 gap — peak 쌍과 분극의 분리</b>   | <b>32</b> |
| 1.14.1 관측되는 peak 쌍                         | 32        |
| 1.14.2 절편과 기울기 — 두 기원의 분해                  | 32        |
| 1.14.3 절편의 온도 의존 — $\Omega$ 식별의 크기 감각      | 33        |
| 1.14.4 부분 cycle — 한 문단의 보간                 | 33        |
| <b>1.15 통합식과 피팅 알고리즘</b>                   | <b>34</b> |
| 1.15.1 방전 한 줄 식과 양방향 통합형                   | 34        |
| 1.15.2 피팅 알고리즘 — 측정 파일에서 파라미터까지            | 35        |
| <b>1.16 검증과 반증</b>                         | <b>41</b> |
| 1.16.1 꼬리 기전의 반증                           | 41        |
| 1.16.2 히스테리시스의 반증                          | 41        |
| <b>1.17 예시 구현 — 모델 함수에서 round-trip 까지</b>  | <b>42</b> |
| 1.17.1 모델 함수 — 식 (1.96) 의 직역               | 42        |
| 1.17.2 단계 회귀의 골격                           | 43        |
| 1.17.3 실행 검증과 대응표                          | 44        |
| <b>1.18 [확장] 적층 준안정 — 방향별 임계 조성의 미시 기원</b> | <b>45</b> |
| 1.18.1 둘째 order parameter — 적층 상태          | 45        |
| 1.18.2 방향별 임계 조성                           | 45        |
| 1.18.3 적층 gap 과 대칭 극한의 회수                  | 46        |
| 1.18.4 반증 — athermal 바닥                    | 46        |

## 1.1 기호와 규약

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다. 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여할 것이므로, 이 표는 필요할 때 돌아와 찾아보는 사전으로 쓰면 된다. 표의 배열은 본 문건의 전개 순서를 따른다 — 속도식과 장벽이 먼저, 열역학이 그 다음, 관측측과 꼬리·분기가 그 뒤다.

**전이 인덱스.** 상전이는  $j = 1, \dots, N_p$  로 여럿이다( $N_p \approx 3-4$  — 관측 유효 전이 수). 각 전이에는 Li 점유율  $\theta_j$  와 방전 진행률  $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$  를 둔다. 방전(탈리튬화)이 진행하면  $\theta_j$  가  $1 \rightarrow 0$  으로 줄고  $\xi_j$  가  $0 \rightarrow 1$  로 커진다. 한 전이만 논하는 문맥에서는  $j$  를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상  $j$  를 둔다 — 전이 인덱스가 아직 없는 보편식(식 (1.2)·(1.13) 류)만 예외다.

**부호 규약.** 본 문건의 모든 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li<sup>+</sup>)다 — 측정이 full-cell 이면 양극 기여를 제거한 환산이 선행되어야 한다(§1.15). 진행 방향 부호  $s \in \{+1, -1\}$  는 전이의 방전 방향을 표시하며 본 문건은 방전 기준  $s = +1$  로 고정한다. 전류 부호  $s_I$  는 전류의 방향 부호(방전 +1)다 — 방전(탈리튬화)은 산화 방향이라 분극(저항 강하, §1.6)이 측정 전위를 내부 전위 위로 올리며, 그 부호 약속이  $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$  에 들어간다. 충방전 양방향을 다룰 때의 방향 부호  $\sigma_d = \pm 1$  은 §1.15 에서 도입한다. 요지만 미리 두면 —  $s$  는 평형 곡선의 정의 안에 +1 로 고정된 채 남고(평형 곡선은 진행 방향에 불변인 상태함수이므로), 방향에 따라 실제로 바뀌는 것은  $\sigma_d$  가 맡으며 그 작용처는 분극 부호, 분기 중심 선택, 꼬리의 지지·감쇠 방향 셋이다( $s_I$  는 방전 본론 한정 표기 — 양방향 통합식부터는  $\sigma_d$  가 그 자리를 흡수한다).

| 기호                                            | 단위                   | 의미                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — 속도식과 장벽 (§1.2·§1.4·§1.9) —                  |                      |                                                                                                        |
| $k_j, k_0$                                    | 1/s                  | 전이 $j$ 의 완화 속도상수(= $r_j^+ + r_j^-$ — §1.2 보편식의 무첨자 $k$ 는 한 방향 사건 속도), Eyring prefactor $k_0 = k_B T/h$ |
| $\Delta G_{a,j}$                              | J/mol                | 활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$                                                        |
| $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$              | J/<br>mol; J/(mol K) | 활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어가는 양 — 반응 엔트로피 $\Delta S_j$ 와 다르다)                                                  |
| $r_j^\pm$                                     | 1/s                  | 전이 $j$ 의 정(탈리튬화)/역(재리튬화) 방향 속도                                                                         |
| $\chi$                                        | —                    | 전달 계수 $0 \leq \chi \leq 1$ (구동력 중 정방향 장벽을 낮추는 몫; 전기화학 표준 표기 $\alpha$ )                                 |
| $\mathcal{A}_j$                               | J/mol                | 전이 $j$ 의 구동력(affinity) = $sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ ; 일반형에는 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 가 합류 (§1.5)      |
| $\Delta G_{\text{eff},j}$                     | J/mol                | 유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$                                                   |
| $k_j^{\text{eff}}, k_{j,\text{lim}}$          | 1/s                  | 직렬 율속 합성 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 의 유효 속도와 공율속                                |
| $\lambda$                                     | J/mol                | Marcus 재구성 에너지(선형 근사의 한계 척도)                                                                           |
| — 열역학 (§1.3·§1.5) —                           |                      |                                                                                                        |
| $G, \mu$                                      | J; J/mol             | Gibbs 자유에너지, 화학퍼텐셜 $\mu = \partial G / \partial n$                                                     |
| $\mu^0, \tilde{\mu}$                          | J/mol                | 기준 화학퍼텐셜(자리 결합·비배치 몫), 전기화학 퍼텐셜 = $\mu + zF\phi$ (§1.3)                                                |
| $\theta_j$                                    | —                    | 전이 $j$ 의 Li 점유율(방전 시 $1 \rightarrow 0$ )                                                               |
| $\xi_j, \xi_{\text{eq},j}, \xi_{\text{ss},j}$ | —                    | 진행률 = $1 - \theta_j$ , 평형값, 정지점값 (§1.4; 기본형에서 $\xi_{\text{ss}} = \xi_{\text{eq}}$ )                    |
| $\Omega_j$                                    | J/mol                | 정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스테리시스(이하 히스))                                                             |
| $U_j(T)$                                      | V                    | 전이 $j$ 의 평형 중심 전위                                                                                      |
| $\Delta S_j$                                  | J/(mol K)            | 삽입 반응 엔트로피 ( $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ )                                         |
| $w_j$                                         | V                    | 전이 폭 척도(이상 극한 $RT/F$ , §1.4 에서 유도; 운용은 §1.7)                                                           |
| $T_{c,j}, \xi_{s,j}^\pm, \xi_{b,j}^\pm$       | K; —; —              | 임계 온도 = $\Omega_j / 2R$ ; spinodal·binodal 진행률 (§1.5)                                                  |

| 기호                      | 단위                                     | 의미                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| — 관측축 (§1.6) —          |                                        |                                                              |
| $V_n$                   | V                                      | 내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해                                         |
| $V_{app}$               | V                                      | 측정 전위 = $V_n + s_I  I  R_n$                                  |
| $V_{drive}$             | V                                      | 속도를 구동하는 전위 (기본형 $V_{drive} = V_n$ )                         |
| $Q_j, Q_{cell}$         | C                                      | 전이 $j$ 의 용량, 셀 총 방전 용량                                       |
| $q$                     | —                                      | 무차원 용량 좌표 = $\int  I  dt / Q_{cell}$                         |
| $Q_{bg}, C_{bg}$        | C; C/V                                 | 배경 누적 용량과 그 미분용량 $\partial Q_{bg} / \partial V_n$            |
| $R_n$                   | $\Omega$                               | 음극 유효 분극 저항 (lumped; 단위 규약은 §1.15 참조표)                       |
| — 지연과 꼬리 (§1.8-§1.10) — |                                        |                                                              |
| $r_j$                   | —                                      | 지연 = $\xi_{eq,j} - \xi_j$ (위첨자 없는 $r_j$ — 속도 $r_j^\pm$ 와 구별) |
| $L_{q,j}, L_{V,j}$      | —; V                                   | 용량축·전압축 꼬리 특성 길이 ( $L_{V,j} =  dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$ )     |
| $q_a, V_{a,j}, r_{a,j}$ | —; V; —                                | 꼬리 시작 좌표·전위·잔류 지연                                            |
| $\rho_G(G), \sigma_G$   | mol/ J; J/<br>mol                      | 활성화 장벽의 용량-분율 밀도 ( $\int \rho_G dG = 1$ )와 표준편차              |
| — 충방전 확장 (§1.13 이하) —   |                                        |                                                              |
| $\gamma_j$              | —                                      | 분기 축소 인자 (다입자·핵생성) $0 \leq \gamma_j \leq 1$                  |
| $\Delta U_j^{hys}$      | V                                      | 충방전분기 gap 의 spinodal 상한 (식 (1.88))                           |
| $U_j^{dis}, U_j^{chg}$  | V                                      | 방전·충전분기 중심 = $U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{hys}$ |
| $\sigma_d$              | —                                      | 방향 부호 (방전 +1/충전 -1)                                          |
| $R, F, k_B, h, N_A$     | J/(mol K),<br>C/mol, J/K,<br>Js, 1/mol | 기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck, Avogadro ( $R = k_B N_A$ ) |

## 1.2 근본식 — 활성화 장벽과 반응 속도

상전이에는 두 질문이 있다. “일어날 수 있는가”와 “얼마나 빨리 일어나는가”다. 앞의 것은 열역학의 질문이고 뒤의 것은 속도론의 질문인데, 측정은 언제나 유한한 전류·유한한 시간에서 이루어지므로 관측을 지배하는 것은 속도다. 그래서 본 문건은 속도식에서 출발한다. 서론이 미리 보인  $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a / RT}$  가 이 절에서 식 (1.2) 로 정식 도입되며, 그 식 하나가 끝까지 모든 절의 척추가 된다.

### 1.2.1 장벽 그림 — 왜 속도는 지수인가

한 자리의 리튬이 빠져나가는 사건 (탈리튬화의 기본 단계) 을 생각하자. 출발 상태 (채워진 자리) 와 도착 상태 (빈 자리+용액 속 이온) 는 각각 자유에너지의 골짜기다. 그 사이에는 결합을 끊고 주변을 재배열해야 하는, 에너지가 높은 중간 고개 — 전이상태 — 가 있다. 고개의 높이, 곧 출발 골짜기에서 고개까지의 자유에너지 차가 활성화 자유에너지  $\Delta G_a$  다 (그림 2).

사건이 일어나려면 열요동이 그 고개를 넘을 에너지를 공급해야 한다. 온도  $T$  의 계에서 한 자유도가 입자당 에너지  $E^*$  이상을 우연히 갖출 확률은 Boltzmann 분포를 따른다. 몰 단위 장벽  $\Delta G_a = N_A E^*$  로 옮겨 적으면

$$P(E \geq E^*) \propto e^{-E^*/k_B T} = e^{-\Delta G_a / RT} \quad (R = k_B N_A). \quad (1.1)$$

속도는 “단위 시간당 시도 횟수  $\times$  한 번 시도가 넘을 확률”이다. 전이상태 이론이 시도 빈도의 보편



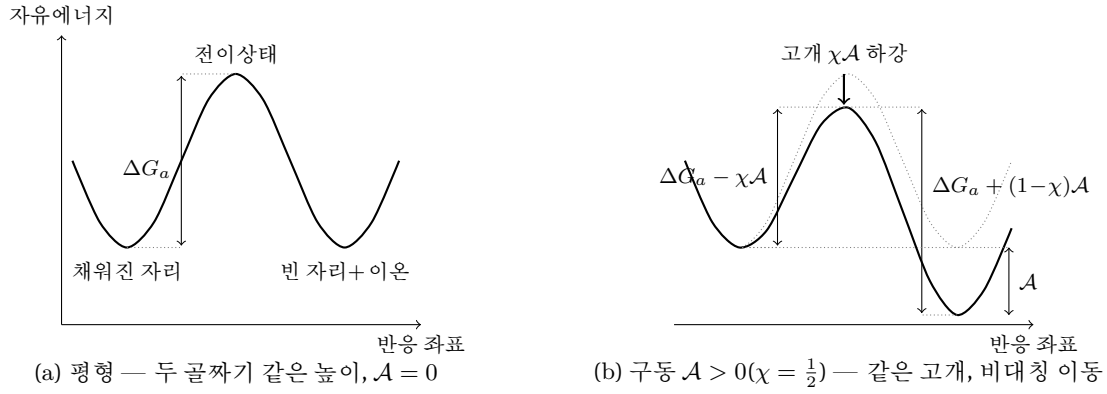


Figure 2: 활성화 장벽 그림(실계산:  $f_0(x)$  이중 골짜기에 구동 기울임  $-A\zeta(x)$  —  $\zeta$  는  $0 \rightarrow 1$  반응 진행 스위치 — 를 더한 것,  $A = 0.39 \Delta G_a$ ). (a) 평형 — 두 골짜기가 같은 높이이고 사건 속도는 고개 높이  $\Delta G_a$ 의 Boltzmann 인자에 시도 빈도  $k_0$ 를 곱한 식 (1.2)을 따른다. (b) 구동력  $A_j$ 가 도착 골짜기를  $A$ 만큼 내리면 같은 고개를 공유하는 두 방향의 장벽이 비대칭으로 변한다 — 정방향은  $\Delta G_a - \chi A$ 로 낮아지고 역방향은  $\Delta G_a + (1 - \chi)A$ 로 높아진다 (§1.4 식 (1.20)의 시각적; 점선은 (a)의 평형 풍경). 온도는 풍경을 기울이지 않는 대신 지수의 분모( $RT$ )로 들어와 넘는 확률 자체를 키운다 (고개 높이의 엔트로피 몫  $-T\Delta S_a$ 는 §1.10의 절편으로 처리된다).

척도  $k_0 = k_B T/h$ 를 주므로 [8], 식 (1.1)에  $k_0$ 를 곱하면 본 문건의 근본식이 된다:

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right], \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}, \quad \Delta G_a = \Delta H_a - T\Delta S_a. \quad (1.2)$$

$k_0 = k_B T/h$ 는 열적 시간척도  $h/k_B T$ 의 역수다 —  $25^\circ\text{C}$ 에서 약  $6 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$ .  $\Delta G_a$ 의 분해에서  $\Delta H_a$ 는 고개를 넘는 데 드는 에너지(결합 끊기·격자 변형)이고,  $\Delta S_a$ 는 전이상태가 출발 상태보다 얼마나 “느슨한가”(경로의 수)다. 등호가 아니라  $\simeq$ 로 적은 까닭은, 실제 계에서  $k_0$ 가  $O(1)$  수 인자·활동도·유효 시도 자유도를 흡수하는 현상론적 prefactor로 작동하기 때문이다. 이 흡수는 뒤의 피팅에서 “절대값은 prefactor에 묻고 의존성만 뽑는” 전략의 근거가 된다 (§1.10).

### 1.2.2 세 인자의 진입점 — 본 문건의 지도

서론에서 예고한 대로, 관측의 세 인자는 전부 식 (1.2)의 서로 다른 자리로 들어온다. 본 문건의 나머지지는 이 세 가지를 하나씩 닫는 과정이다.

- 온도 — 지수의 분모.**  $T$ 는  $e^{-\Delta G_a/RT}$ 의 분모에 직접 앉는다. 장벽이 수십 kJ/mol이면 수십도의 온도 변화가 속도를 한 자릿수 바꾼다 — 예컨대  $\Delta H_a = 40 \text{ kJ/mol}$ 일 때  $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 지수 인자만으로  $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 배 느려진다. 이것이 “저온에서 꼬리가 길어진다”의 뿌리이며, §1.10가 Arrhenius 회귀로 닫는다 —  $k_0 \propto T$ 의 선형 몫까지 넣으면  $\sim 14$ 배인데, Arrhenius 관행은 이를 절편에 묻는 대신 길보기 활성화 엔탈피가  $RT$ 만큼 커지는 대가를 치르고, 본 문건의 회귀는 그 로그 인자를 측정량 쪽으로 옮겨 명시 보정한다.
- 극판 전위 — 장벽 높이.** 전위는 두 골짜기의 상대 높이를 기울이고, 같은 전이상태를 공유하는 정·역 두 방향의 장벽을 비대칭으로 옮긴다. 정방향 장벽은  $\Delta G_a - \chi A$ 로 낮아진다 — 구동력  $A$ 와 전달 계수  $\chi$ 는 §1.4 §1.9에서 정의·전개된다. 전위는 외부에서 거는 노브가 아니라 같은 스캔 안에서 전이마다 다르게 놓이는 내부 좌표다 — 깊은 전이일수록 구동이 세서 꼬리가 짧다는 전이 간 비교가 이 가지의 관측 얼굴이다( $\chi$ 의 식별 절차 자체는 한 전이 꼬리 안의 대전위 창 — §1.15 S3).
- C-rate — 요구 속도와의 경쟁.** 전류  $|I|$ 는 단위 시간당 일정량의 전환을 요구한다. 계가 널

수 있는 속도는  $k$  가 정하므로, 요구가 공급을 넘는 만큼 전환은 뒤쳐진다 — 그 뒤처짐(지연)이 관측 peak 의 꼬리다. §1.8 가 이 경쟁을 미분방정식으로 단는다.

닫는 순서는 전개의 필요를 따라 (c)→(b)→(a) 다 — 꼬리(C-rate)를 먼저 세워야 전위와 온도가 그 길이에 새겨지는 방식을 물을 수 있기 때문이다.

한 가지가 남는다. 속도식은 “얼마나 빨리”만 말할 뿐 “어디를 향해”는 말하지 않는다. 방향과 목적지 — 평형 — 는 정방향과 역방향 속도의 균형에서 나오며, 그 균형을 쓰려면 두 방향의 속도가 무엇에 의해 달라지는지, 곧 자유에너지의 언어가 필요하다. 다음 절이 그 언어를 처음부터 준비한다.

검산. 수치·차원.  $k_0 = k_B T/h = (1.381 \times 10^{-23} \times 298.15)/(6.626 \times 10^{-34}) \approx 6.2 \times 10^{12} \text{ s}^{-1} (25^\circ \text{C})$ . 지수는 무차원 ( $J/mol \div J/mol$ ),  $k$  의 차원은  $k_0$  가 운반하는  $\text{s}^{-1}$ . 극한 검산 —  $\Delta G_a \rightarrow 0$  이면  $k \rightarrow k_0$  (장벽 없는 시도 빈도),  $T \rightarrow 0$  이면  $k \rightarrow 0$  (요동 없음).

### 1.3 열역학 다리 — $G$ 에서 $\mu$ 까지

앞 절의 속도식 (1.2) 은 “얼마나 빨리”를 말했다 — 그러나 식 안의  $\Delta G_a$  는 두 골짜기 사이의 고개일 뿐, 골짜기 각각의 높이는 아직 재지 못한다. 방향과 목적지를 말하려면 그 높이를 재는 언어가 필요하다. 그 언어가 Gibbs 자유에너지  $G$  와 화학퍼텐셜  $\mu$  다. 이 절은 두 양을 정의에서부터 차례로 세우고, 격자기체의 닫힌 꼴  $\mu(\theta)$  와 전기화학 평형 조건까지 가는 단계를 전부 적는다.

#### 1.3.1 $G$ — 등온·등압 세계의 퍼텐셜

온도와 압력이 일정하게 유지되는 계 — 전지가 정확히 그렇다 — 에서 자발성과 평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.3)$$

다. 자발적 변화는 언제나  $G$  가 낮아지는 방향으로 일어나고,  $G$  가 극소가 되면 멈춘다 — 여기까지는 정의만 적어 두면 충분하고, 본 문건이 거듭 쓰게 될 것은 식의 구조다. 두 항이 경쟁한다 — 계는 에너지( $H$ )를 낮추고 싶어 하고, 동시에 무질서( $S$ )를 키우고 싶어 하며, 온도가 그 경쟁의 환율( $-TS$ )을 정한다. 저온에서는 에너지가, 고온에서는 엔트로피가 이긴다. 본 문건에서 만나는 모든 평형·상분리·온도 의존이 이 한 경쟁의 변주다.

#### 1.3.2 $\mu$ — 입자 하나를 더할 때의 $G$

이제 계에 입자를 넣고 빼는 상황 — 리튬이 흑연에 들어가고 나오는 상황 — 을 다루려면, “입자 수가 하나(1몰) 변할 때  $G$  가 얼마나 변하는가”를 재는 양이 필요하다. 그것이 화학퍼텐셜의 정의다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.4)$$

물이 높이차를 따라 흐르듯, 입자는  $\mu$  가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 — 옮겨가는 것이 전체  $G$  를 낮추기 때문이다. 두 장소의  $\mu$  가 같아지면 옮겨갈 이유가 사라지고, 그것이 입자 교환의 평형이다. 요컨대  $\mu$  는 “입자 한 몰이 그 자리에서 갖는 값어치”이고, 평형은 값어치의 일치다. 앞 절 장벽 그림과 이으면 — 두 골짜기의 높이 차가  $\mu$  차의 전기·상호작용 몫이며(자리 통계의 몫은 §1.4 의 점유 인자가 따로 담당한다),  $\mu$  차가 0 이 되는 곳에서 정·역의 알짜 사건 빈도가 같아진다 — 그 절에서 정량화한다.



### 1.3.3 격자기체의 $\mu(\theta)$ — 채움에 따라 값어치가 변한다

흑연의 한 전이를 “동등한 자리  $N$  개에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보자. 점유율  $\theta$ (찬 분율)에서  $G$  는 어떻게 변하는가. 세 뭉이 있다.

(0) 기준 뭉. 리튬 1몰이 자리에 앉는 것 자체의 자유에너지 — 자리 결합 에너지와 배치와 무관한 엔트로피를 뭉친 값 — 가 채운 만큼 선형으로 쌓인다: 1몰당  $\mu^0\theta$ . 미분하면 상수  $\mu^0$  가 되는 뭉이다.

(i) 섞임 엔트로피.  $N$  자리 중  $n = N\theta$  자리를 고르는 경우의 수는

$$W = \frac{N!}{n!(N-n)!} \quad (1.5)$$

이고, 엔트로피는 Boltzmann 관계  $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$  로 닫힌다.  $\ln W$  의 세 계승에 Stirling 근사  $\ln m! \simeq m \ln m - m$  을 각각 적용하면

$$\begin{aligned} \ln W &= \ln N! - \ln n! - \ln(N-n)! \\ &\simeq (N \ln N - N) - (n \ln n - n) - [(N-n) \ln(N-n) - (N-n)] \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) \end{aligned} \quad (1.6)$$

— 선형항은  $-N + n + (N-n) = 0$  으로 정확히 상쇄된다.  $n = N\theta$  를 넣고, 첫 항을  $N \ln N = n \ln N + (N-n) \ln N$  으로 갈라 같은 인자끼리 묶으면

$$\ln W = -n \ln \frac{n}{N} - (N-n) \ln \frac{N-n}{N} = -N [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)], \quad (1.7)$$

Boltzmann 관계  $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$  에 식 (1.7) 를 넣으면

$$S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]. \quad (1.8)$$

자리 1몰( $N/N_A$  로 나눔)당 자유에너지 뭉으로 환산하면

$$-T \frac{S_{\text{mix}}}{N/N_A} = RT [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] \quad (R = k_B N_A). \quad (1.9)$$

(ii) 상호작용. 점유된 이웃 쌍의 초과 에너지를 평균장으로 어림하면 자리 1몰당  $e_{\text{int}} = c\theta^2$  ( $c$ : 쌍 에너지 뭉음)이다. 항등식  $\theta^2 = \theta - \theta(1-\theta)$  로 가르면

$$e_{\text{int}}(\theta) = c\theta^2 = \underbrace{c\theta}_{\text{기준 뭉 } \mu^0\theta \text{ 에 흡수}} + \Omega \theta(1-\theta), \quad \Omega \equiv -c \quad (1.10)$$

— 선형 뭉은 방금의 기준 뭉으로 빠지고, 남는 조성 의존이 “찬 자리·빈 자리” 쌍의 분율  $\theta(1-\theta)$  다. 부호도 식이 말한다 — 동종 이웃이 유리한 계는 인력쌍( $c < 0$ )이므로  $\Omega = -c > 0$ . 척도  $\Omega$  는 최근접 쌍만이 아니라 층간 탄성 같은 장거리 성분까지 뭉뚱그린 유효 값으로 읽는다 — 같은 stage 안에서도 리튬이 국소 도메인 단위로 채워지며 층의 굽힘을 동반한다는 그림 (Daumas-Hérolld 도메인)이 그 장거리 성분의 기원이다 [6].

기준 뭉  $\mu^0\theta$  에 식 (1.9) 과 (1.10) 의 조성 의존 뭉을 더하면 자리 1몰당 자유에너지가

$$\bar{g}(\theta) = \mu^0\theta + RT [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega \theta(1-\theta) \quad (1.11)$$

로 닫힌다. 자리 몰수  $N_s$  가 고정이라  $n = N_s\theta$ , 곧  $\partial G/\partial n = \partial \bar{g}/\partial \theta$  이므로 식 (1.4) 의 미분은  $\theta$  미분

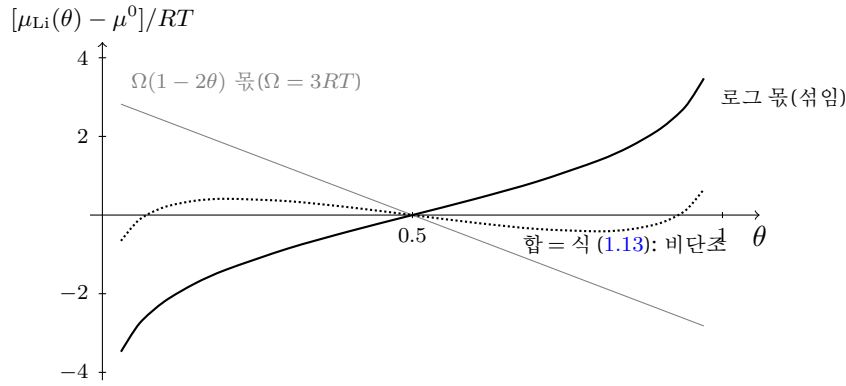


Figure 3: 화학퍼텐셜 (1.13) 한 곡선의 분해(실계산,  $\Omega = 3RT$ ). 실선은 로그 (섞임 엔트로피) 몫 — 채울수록 값어치가 단조로 오른다. 회색 직선은 상호작용 몫  $\Omega(1 - 2\theta)$  — 반대 기울기다. 둘의 합(점선)이 식 (1.13) 그 자체이고,  $\Omega > 2RT$  라 비단조 — 한 값어치에 세 조성이 대응하며 이것이 상분리의 씨앗이다 (§1.5).  $\Omega$  를 바꿔 가며 본 가족 비교는 전위축의 등온선 그림 5 이 말한다 — 두 그림은 같은 식의 다른 두 절단이다.

이다. 항별로 실행하면

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta} [\mu^0 \theta] &= \mu^0, \\ RT \frac{\partial}{\partial \theta} [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] &= RT [(\ln \theta + 1) - (\ln(1 - \theta) + 1)] = RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta}, \\ \Omega \frac{\partial}{\partial \theta} [\theta(1 - \theta)] &= \Omega(1 - 2\theta) \end{aligned} \quad (1.12)$$

— 둘째 줄에서 두 상수 +1 과 -1 이 상쇄된다. 셋을 모으면 삽입 리튬의 화학퍼텐셜이 닫힌다:

$$\boxed{\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega(1 - 2\theta).} \quad (1.13)$$

각 항을 읽어 두자. 로그 항은 섞임 엔트로피의 몫이다 — 거의 빈 격자( $\theta \rightarrow 0$ )에서는 들어갈 자리가 많아 들어가는 쪽의 값어치가 크게 낮고( $\mu \rightarrow -\infty$ ), 거의 찬 격자( $\theta \rightarrow 1$ )에서는 반대다. 즉 채울수록 한 개 더 채우는 값어치가 단조로 오른다.  $\Omega$  항은 상호작용의 몫이다 —  $\Omega > 0$  (동종 이웃 선호)이면 채움에 따른 값어치의 오르막을  $-2\Omega$  의 기울기로 깎아 단조성을 약화시키며, 이것이 뒤에서 상분리의 씨앗이 된다 (§1.5 — 그림 3).

검산. 특수 케이스 회수. (i)  $\Omega = 0, \theta \ll 1$ : 식 (1.13) 가  $\mu \rightarrow \mu^0 + RT \ln \theta$  — 희박 용질의 로그 활동도 꼴(식 (1.16) 의  $RT \ln a_{\text{Li}^+}$  와 같은 형태)로 환원된다. (ii)  $\theta = \frac{1}{2}$ : 로그·상호작용 몫이 동시에 0 —  $\mu = \mu^0$ . (iii) 중심 기울기  $\partial \mu / \partial \theta|_{1/2} = 4RT - 2\Omega$  가  $\Omega = 2RT$  에서 0: §1.5 의 상분리 문턱이 이 식 한 줄에 이미 들어 있다.

### 1.3.4 전기화학 퍼텐셜 — 하전 입자의 값어치

리튬은 이온  $\text{Li}^+$  와 전자  $e^-$  로 갈라져 드나들므로, 값어치에는 전기적인 일도 들어간다. 전하  $zF$  (1 몰)를 전위  $\phi$  인 곳에 두는 일은  $zF\phi$  이고, 이를 화학퍼텐셜에 더한 것이 전기화학 퍼텐셜이다:

$$\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi. \quad (1.14)$$

전극 내부 전위  $\phi$  와 반쪽전지 측정 전위  $V$ (vs  $\text{Li}/\text{Li}^+$ )는 기준전극까지의 상수 차이뿐이고 그 상수는 곧 도입할  $U^0$  에 흡수되므로, 전자 항에는  $V$  를 바로 쓴다. 전극의 전자는  $z = -1$  이라  $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$  — 전극 전위  $V$  가 오르면 전자의 값어치는 내려간다. 삽입 반응  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$  의 평형 조건은  $G$  극소다 — 반응이  $dn$  만큼 진행할 때의 1차 변화가 0, 곧  $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$  — 식 (1.14) 의 값어치로 양변이 같다:

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.15)$$

다(앞 소절의 “값어치 일치”를 반응 양변에 적용한 것). 각 항을 식 (1.14) 로 —  $\text{Li}^+$  는  $z=+1$ ,  $\mu = \mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+}$  (희박 용질),  $e^-$  는  $z=-1$ , 삽입  $\text{Li}$  는 중성( $z=0$ )에 식 (1.13) — 펼쳐 적으면

$$[\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}}] + [\mu_{e^-}^0 - FV] = \mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) \quad (1.16)$$

이다 —  $a_{\text{Li}^+}$  는 전해질  $\text{Li}^+$  활동도,  $\phi_{\text{elyte}}$  는 전해질 전위,  $V$  는 전극 전위다. 좌변에서  $-FV$  만 전위에 따라 변하고 나머지는 주어진  $T$  에서 상수다(운전 중 전해질 조성 불변 가정 — 활동도·전해질 전위·기준전극 환산이 전부 여기 묶인다). 그 상수 덩이를  $sFU^0$  로 정의해 식 (1.16) 를 다시 쓰면( $s = +1$  이라  $-FV = -sFV$ )

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \underbrace{[\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}} + \mu_{e^-}^0]}_{\equiv sFU^0} - sFV = -sF(V - U^0) \quad (1.17)$$

이고,  $\mu_{\text{Li}}$  의 기준 몫  $\mu^0$  (식 (1.13))까지 중심에 흡수해  $U \equiv U^0 - \mu^0/(sF)$  로 재정의하면

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U) \quad (1.18)$$

형태가 된다(이렇게 정의된  $U_j$  는 삽입 반응의 비배치 몫 자유에너지를 전위로 환산한 값  $\Delta G_j = -sFU_j$  라는 지위를 가지며, §1.7 의 온도 의존이 이 지위를 쓴다). 우변에  $\mu^0$  가 남은 듯 보이지만 좌변  $\mu_{\text{Li}}$  (식 (1.13))의 기준 몫과 상쇄될 자리다 — 실제 균형은 logit 대  $-sF(V - U)$  다(아래 검산이 그 실행이다). 부호를 물리로 읽으면 — 전극 전위  $V$  가 오르면(전자 값어치 하락) 평형 점유율은 내려가야 하므로 우변이  $V$  에 감소해야 하고, 그것이 식의 음부호다. 즉 “ $V$  를 올리면 탈리튬화가 진행된다”가 이 한 식에 들어 있다.

**핵심. 다리의 요지.**  $G$  는 등온·등압 세계의 퍼텐셜이고,  $\mu = \partial G/\partial n$  은 입자 1몰의 값어치이며, 평형은 값어치의 일치다. 격자기체에서  $\mu(\theta)$  는 섞임 엔트로피의 로그 항과 상호작용  $\Omega$  항으로 닫히고 (식 (1.13)), 전극에서는 전자 일  $-FV$  가 더해져 평형 조건 (1.18) 이 된다. 다음 절은 이 언어를 앞 절의 속도식에 합류시킨다 — 정·역 속도의 비가 바로 이  $\mu$  차의 전기·상호작용 몫으로 정해지고, 그 균형의 정지점으로서 평형 등온선이 회수된다.

## 1.4 정·역 속도와 평형의 회수

이제 두 절을 합류시킨다. §1.2 의 속도식 (1.2) 은 한 방향의 고개 넘기였고, §1.3 의  $\mu(\theta)$  (1.13) 와 평형 조건 (1.18) 은 두 골짜기의 높이 차를 재는 자였다. 실제 전이는 정방향(탈리튬화)과 역방향(재리튬화)이 동시에 일어나는 왕복이므로, 두 방향의 속도를 각각 적고 그 균형을 찾으면 — 평형 열역학이 속도식에서 유도되어 나온다. 이 절이 그 장면이다.

### 1.4.1 구동력 — 골짜기 높이 차를 전위로 적기

전이  $j$  의 두 골짜기 높이 차, 곧 반응 1몰당 자유에너지 이득을 구동력(affinity)이라 한다. §1.3 의 평형 조건 (1.18) 은 “ $V = U_j$  에서 두 골짜기가 같은 높이”라는 말이므로, 구동 전위  $V_{\text{drive}}$  가 중심  $U_j$

에서 벗어난 만큼이 곧 전기 항이 만드는 높이 차다:

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (1.19)$$

방전 규약( $s = +1$ )에서  $V_{\text{drive}} > U_j$  면  $\mathcal{A}_j > 0$ , 곧 탈리튬화 쪽이 내리막이다. 혼합 엔트로피의 몫 (식 (1.13)의 로그 항)을 여기 넣지 않는 까닭은 잠시 뒤 운동방정식에서 분명해진다 — 자리의 통계는 속도식의 점유 인자가 따로 담당하므로, 구동력에 또 넣으면 이중 계상이다 — 그 경우 정지점의 logit 이 두 번 세어져 전이 폭이  $2RT/F$  로 두 배가 되는, 관측 가능한 오류가 난다. 상호작용  $\Omega$ 의 몫은 §1.5에서 합류한다.

#### 1.4.2 두 방향의 장벽 — 같은 고개, 비대칭 이동

정방향과 역방향은 같은 전이상태를 지난다 — 가는 길과 오는 길이 같은 고개를 넘는다. 구동력  $\mathcal{A}_j$ 가 두 골짜기의 상대 높이를 기울이면, 그 사이의 고개도 따라 움직인다. 고개가 반응 좌표 위에서 차지하는 분율 위치를  $\chi \in [0, 1]$ 라 하면 (0=출발 쪽, 1=도착 쪽), 정방향 장벽은  $\chi\mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고 역방향 장벽은 나머지  $(1 - \chi)\mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다. 이것이 전기화학의 Butler–Volmer 형이고 일반 반응속도론의 Brønsted–Evans–Polanyi 선형 관계다 [11, 10]. 자리당 속도로 적으면

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.20)$$

두 계수  $\chi$ 와  $1 - \chi$ 의 합이 정확히 1인 것은 선택이 아니라 강제다. 정·역에 독립 계수를 허용해 보자 — 정방향 장벽은  $\chi\mathcal{A}$ 만큼 내리고 역방향 장벽은 독립한  $\chi'\mathcal{A}$ 만큼 올려( $r^- \propto e^{-(\Delta G_a + \chi'\mathcal{A})/RT}$ ) 비를 만들면

$$\left. \frac{r_j^+}{r_j^-} \right|_{\chi, \chi'} = e^{(\chi + \chi')\mathcal{A}_j/RT} \stackrel{!}{=} e^{\mathcal{A}_j/RT} \implies \chi + \chi' = 1 \quad (1.21)$$

— 가운데의 요구 등호는 열역학이 정하는 Boltzmann 점유비(아래 detailed balance)이고, 모든 구동력에서 성립해야 하므로 지수의 계수가 1일 수밖에 없다. 실제로 식 (1.20)의 두 식의 비를 취하면 —  $k_0$ 와  $e^{-\Delta G_{a,j}/RT}$ 가 약분되고 지수만 남아 —

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \frac{e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}}{e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}} = \exp\left[\frac{\chi\mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.22)$$

로  $\chi$ 가 상쇄되는데, 이 비는 두 골짜기의 자유에너지 차가 정하는 Boltzmann 점유비와 같아야 한다 — 운동학이 주는 정상 점유비가 열역학의 Boltzmann 비와 어긋나면 평형 자체가 깨지기 때문이다 (detailed balance) [7]. 합이 1에서 벗어나면 바로 그 어긋남이 생긴다. 같은 이유로, 고개의 위치  $\chi$ 는 속도(거기 도달하는 빠르기)에만 들어가고 평형(어디서 멈추는가)에는 들어가지 않는다.

#### 1.4.3 운동방정식 — 그리고 평형이 유도된다

진행률  $\xi_j$ 의 알짜 변화율을 적자. 정방향 사건은 아직 차 있는 자리(분율  $1 - \xi_j = \theta_j$ )에서만 출발할 수 있고, 역방향 사건은 이미 빈 자리(분율  $\xi_j$ )에서만 출발할 수 있다 — 이 점유 인자가 방금 말한 자리 통계의 담당자다. 따라서

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = k_j(\xi_{\text{ss},j} - \xi_j), \quad k_j \equiv r_j^+ + r_j^-, \quad \xi_{\text{ss},j} \equiv \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}. \quad (1.23)$$

둘째 등호는 근사가 아니라 대수적 재배열이다 — 알짜 변화율은 언제나 “현재가 정지점  $\xi_{\text{ss}}$ 에서 벗어난 만큼  $\times$  완화 속도  $k$ ” 꼴로 쓸 수 있다. 완화 속도의 보편형을 미리 적어 두면, 식 (1.22)로

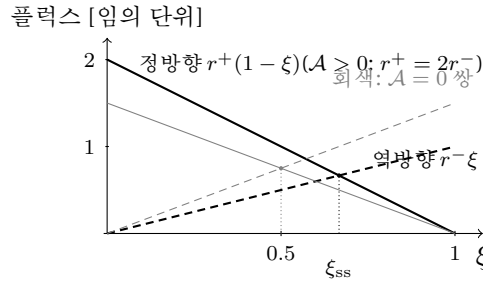


Figure 4: 정지점의 시각화(실계산). 정방향 플럭스  $r^+(1-\xi)$  는 차 있는 자리가 줄며 감소하는 직선, 역방향  $r^-\xi$  는 빈 자리가 늘며 증가하는 직선 — 교점이 정지점 (1.25) 이다.  $\mathcal{A} > 0$  ( $r^+ = 2r^-$  예시, 검정 짙)이면 교점이  $\xi_{ss} = 2/3$  로 밀리고,  $\mathcal{A} = 0$  (회색 짙)이면  $\frac{1}{2}$  — 구동력이 정지점을 미치는 방식 (1.26) 그 자체다.

$$r_j^- = r_j^+ e^{-\mathcal{A}_j/RT} \text{ 이므로}$$

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}) = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT} (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}) \quad (1.24)$$

이며, 괄호 인자가 역방향 몫의 전부다 — 구동력이 양의 방향으로 수  $RT$  를 넘으면 ( $\mathcal{A} > 0$  쪽; 반대 부호면 대칭적으로  $r^-$  가 주도) 이 인자가 1 로 죽는다는 사실을 §1.9 가 쓴다.

이제 정지점을 보자.  $d\xi_j/dt = 0$  은 식 (1.23) 에서  $r_j^+(1-\xi_j) = r_j^-\xi_j$  이므로 — 마지막 등호의 비는 식 (1.22) 그대로 —

$$\frac{\xi_{ss,j}}{1-\xi_{ss,j}} = \frac{r_j^+}{r_j^-} = e^{\mathcal{A}_j/RT} \quad (1.25)$$

이다(그림 4). 기본형  $V_{\text{drive}} = V_n$  ( $V_n$  은 계가 실제로 느끼는 내부 전위 — §1.6 에서 정의된다)에서  $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$  를 넣고  $\xi_{ss,j}$  에 대해 풀면

$$\xi_{ss,j} = \frac{e^{sF(V_n - U_j)/RT}}{1 + e^{sF(V_n - U_j)/RT}} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.26)$$

— 둘째 등식은 분모·분자를  $e^{sF(V_n - U_j)/RT}$  로 나눈 것이다. 여기서 표기를 하나 정리한다. 이 정지점은 detailed balance (1.22) 가 열역학과 묶어 둔 점이라 곧 열역학 평형 그 자체이고 — 실제로 식 (1.18) 을 이상 극한 ( $\Omega = 0$ ) 에서 점유율로 풀어도 같은 식이 나온다(아래 계산;  $\Omega \neq 0$  일반형의 일치는 §1.5 가 닫는다) — 그래서 여기서부터는 정지점 표기  $\xi_{ss}$  대신 평형값 표기  $\xi_{eq}$  를 쓴다. 폭 척도를  $w_j \equiv RT/F$  로 묶어 결과를 박스로 두면

$$\xi_{eq,j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (이상 극한)}. \quad (1.27)$$

평형 등온선이 속도식의 정지점으로 유도되었다. 열역학은 detailed balance 한 곳으로만 들어왔다 — 그 한 입력과 두 방향의 Eyring 속도만으로 logistic 이 닫혔고, §1.3 의 평형 조건 (1.18) 을  $\Omega = 0$  으로 두고 점유율로 풀어도 정확히 같은 식이 나온다(두 경로의 일치가 구성의 자기 검증이다). 폭 척도  $w_j = RT/F$  는  $25^\circ\text{C}$  에서  $25.7 \text{ mV}$  — 평형 전이가 전위축에서 차지하는 기본 너비다. 이 logistic 은 매끄러운 곡선이지 계단이 아니며, 본 문건의 평형 등온선에는 어떤 step 함수도 들어가지 않는다(뒤에서 꼬리 점화에 쓰는 지시함수는 평형이 아니라 동역학 접속 장치다).

계산. 극한·수치.  $V_n \gg U_j$  면  $\xi_{eq} \rightarrow 1$  (탈리튬화 완료),  $V_n \ll U_j$  면  $0$ ,  $V_n = U_j$  면  $\frac{1}{2}$  — 전이 중심.  $w = RT/F$ :  $8.314 \times 298.15/96485 = 25.7 \text{ mV}(25^\circ\text{C})$ ,  $22.2 \text{ mV}(-15^\circ\text{C})$ . 두 경로 일치 ( $\Omega = 0$ ) — 식 (1.18) 좌변에 식 (1.13) ( $\Omega = 0$ ) 를 넣어 풀면  $\theta_{eq} = 1/(1 + e^{+sF(V_n - U)/RT}) = 1 - \xi_{eq}$ : 식 (1.27) 과

정확히 같다 . 식 (1.23) 차원:  $r^\pm [1/s] \times$  무차원 점유 —  $[1/s]$  .

**핵심. 회수의 요지.** 같은 고개를 넘는 두 방향의 속도(식 (1.20))와 그 비(식 (1.22))에서, 알짜 진행이 멈추는 점이 *logistic* 등온선 (1.27)( $\Omega = 0$  이상 극한)으로 닫혔다. 평형은 속도식의 특수한 경우 — 정지점 — 다. 전류가 흐르는 실제 측정은 이 정지점을 향해 가되 도달하지 못하는 과정이고, 그 못 미친 몫이 꼬리가 된다 (§1.8). 그 전에 두 가지 준비가 남았다 — 상호작용  $\Omega$  가 이 등온선을 어떻게 비트는가 (§1.5), 그리고 우리가 실제로 측정하는 축이 무엇인가 (§1.6).

## 1.5 상호작용과 상분리 — 평형이 비틀리는 곳

앞 절의 *logistic* 등온선 (1.27) 은 상호작용을 끈( $\Omega = 0$ ) 결과였다. 그러나 화학퍼텐셜 (1.13) 에 이미 들어와 있던  $\Omega$  항이 말하듯 흑연 staging 의 본질은  $\Omega \neq 0$  이다 — 리튬이 든 자리끼리 모이려는 경향이 staging 이라는 질서 자체를 만들기 때문이다. 이 절은  $\Omega$  가 등온선을 어떻게 비트는지를 보고, 그 끝에서 “섞인 상태가 두 조성으로 갈라지는” 상분리에 도달한다. 상분리는 두 군데서 쓰인다. 평탄 전위 (plateau) — 곧 ICA peak 의 정체 — 가 여기서 나오고, 충방전 히스테리시스의 뿌리도 여기서 자란다.

### 1.5.1 $\Omega$ 가 등온선에 들어오는 자리

§1.4 의 구동력에 상호작용 몫이 합류한다. 식 (1.13) 의  $+\Omega(1 - 2\theta)$  는 채워진 쪽(반응물)의 값어치에 붙는 항이라 구동력에 그대로 더해지고,  $\theta = 1 - \xi$  대입이  $+\Omega(1 - 2\theta) = -\Omega(1 - 2\xi)$  로 부호를 뒤집는다. 따라서 구동력의 일반형은

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j) \quad (1.28)$$

다(로그 항은 §1.4 에서 본 대로 점유 인자의 몫이라 넣지 않는다). 정지점 조건 (1.25) 의  $\xi/(1 - \xi) = e^{\mathcal{A}/RT}$  에 식 (1.28) 을 넣고 로그를 취하면 평형 등온선이 음함수로 닫힌다:

$$sF(V_n - U_j) = RT \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} + \Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq},j}). \quad (1.29)$$

$\Omega_j = 0$  이면 식 (1.27) 으로 돌아간다.  $\Omega_j > 0$  이면 우변의 둘째 항이 가운데 ( $\xi = \frac{1}{2}$  부근)에서 로그 항과 반대로 기울어, 등온선의 중심 기울기가 가팔라진다 — 전이가 좁아진다. 정량화하자. 식 (1.29) 의 양변을  $\xi_{\text{eq}}$  로 미분하면 — 로그 항의 미분이  $1/[\xi(1 - \xi)]$ ,  $(1 - 2\xi)$  의 미분이  $-2$  라 —

$$sF \frac{dV_n}{d\xi_{\text{eq}}} = \frac{RT}{\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})} - 2\Omega_j \xrightarrow{\xi_{\text{eq}}=1/2} sF \left. \frac{dV_n}{d\xi_{\text{eq}}} \right|_{1/2} = 4RT - 2\Omega_j \quad (1.30)$$

이다. 같은 자리에서 이상 *logistic* (1.27) 의 중심 기울기는

$$\left. \frac{d\xi}{dV} \right|_{1/2} = \frac{s}{4w} \iff sF \left. \frac{dV}{d\xi} \right|_{1/2} = 4RT \quad (w = RT/F) \quad (1.31)$$

다. 상호작용이 있는 등온선을 중심 기울기가 같은 *logistic* 으로 근사할 때의 유효 폭  $w^{\text{eff}}$  는 식 (1.30) 과 (1.31) 를 같다고 둔  $4Fw_j^{\text{eff}} = 4RT - 2\Omega_j$  에서

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left( 1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right) \quad (1.32)$$



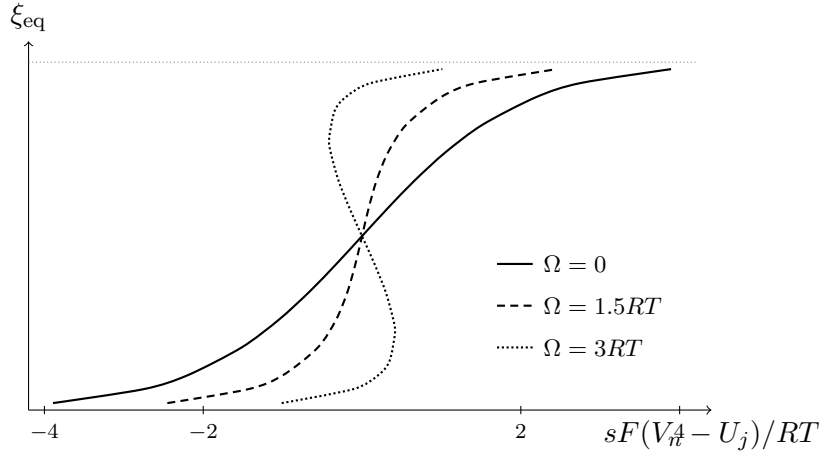


Figure 5: 평형 등온선 (1.29) 의 한 모수축.  $\Omega = 0$ (실선)은 폭  $RT/F$  의 logistic,  $\Omega = 1.5RT$ (파선)는 중심이 가팔라진(좁아진) 단조 곡선,  $\Omega = 3RT > 2RT$ (점선)는 비단조 — 한 전위에 세  $\xi$  가 대응한다. 단조에서 비단조로 넘어가는 경계가  $\Omega = 2RT$ , 곧 임계 온도  $T_{c,j} = \Omega_j/2R$  다. 같은 식의  $\mu$ -축 절단(한 곡선의 뿔 분해)은 그림 3.

로 닫힌다. 폭의 척도만 필요하므로 여기서 멈춘다 — 본 문건의 주 토픽은 단봉의 정밀한 모양이 아니라 꼬리이고, 폭은 §1.7 에서 peak 의 너비 파라미터로 쓰일 만큼이면 충분하다.  $\Omega_j$  가  $2RT$  에 접근하면 식 (1.32) 의 폭이 0 으로 — 등온선의 가운데 기울기가 무한대로 — 가고,  $2RT$  를 넘으면 기울기가 뒤집혀 등온선이 비단조가 된다(그림 5). 한 전위에 여러  $\xi$  가 대응하는 이 다가성이 바로 상분리의 신호다.

### 1.5.2 갈라짐의 물리 — 섞임이 손해가 되는 순간

비단조 등온선이 무엇을 뜻하는지 자유에너지로 내려가 보자. 식 (1.11) 를 진행률 변수  $\xi = 1 - \theta$  로 옮기되, 곡선의 모양을 바꾸지 못하는  $\xi$  의 1차(직선) 뿔 — 기준  $\mu^0\theta$  의 잔여와, 고정 전위에서 보태지는 전기 일 뿔( $\propto \xi$  — 식 (1.14) 의  $zF\phi$  값어치 항) — 은 상수  $g_j^0$  와 함께 떼어 두면

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi) \quad (1.33)$$

이고( $\theta \leftrightarrow \xi$  교환에 두 비선형 뿔은 대칭이라 형태가 그대로다), 이 곡선의 모양이 모든 것을 정한다 — 1차 항은 곡선과 현의 위아래 관계. 접점·변곡점을 모두 옮기지 못하기 때문에 떼어 둘 수 있었다. 엔트로피 뿔은 항상 아래로 볼록하다(섞일수록 이득). 상호작용 뿔은  $\Omega_j > 0$  일 때 가운데를 위로 밀어올린다(반쯤 섞인 상태가 에너지상 손해).  $\Omega_j$  가 작으면 볼록함이 이겨 골짜기가 하나 — 어떤 조성에서도 균질이 최선이다.  $\Omega_j$  가 충분히 크면 가운데가 언덕이 되고 양쪽에 골짜기가 두 개 생긴다(그림 6). 이때 계 전체가 평균 조성  $\xi$  를 유지하는 방법이 두 가지가 된다 — 모든 자리가  $\xi$  인 균질 상태, 또는 일부 영역은 옅은 조성  $\xi^-$ , 나머지는 짙은 조성  $\xi^+$  인 갈라진 상태다. 갈라진 상태의 평균 자유에너지는 곡선 위 두 점  $(\xi^-, g(\xi^-))$  와  $(\xi^+, g(\xi^+))$  를 잇는 직선(현) 위에 놓인다. 옅은 쪽 분율을  $f$  라 하면(지렛대 규칙)

$$f \xi^- + (1 - f) \xi^+ = \xi \quad \Rightarrow \quad \bar{g}_{\text{갈라짐}}(\xi) = f g(\xi^-) + (1 - f) g(\xi^+) \quad (1.34)$$

— 두 식 모두  $f$  에 선형이라  $\bar{g}_{\text{갈라짐}}$  은  $\xi$  를 따라 정확히 현 위를 움직인다. 판정이 식 하나로 닫힌다:

$$g_j(\xi) > \bar{g}_{\text{갈라짐}}(\xi) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{갈라지는 쪽이 이득.} \quad (1.35)$$

이득이 끝나는 경계는 “가장 낮은 현” — 곡선에 두 점에서 동시에 접하는 공통 접선 — 이고, 접점 조건은 두 점의 기울기와 현의 기울기가 모두 같다는 것이다:

$$g'_j(\xi_b^-) = g'_j(\xi_b^+) = \frac{g_j(\xi_b^+) - g_j(\xi_b^-)}{\xi_b^+ - \xi_b^-}. \quad (1.36)$$

이 두 접점  $\xi_b^\pm$  가 갈라짐의 끝 조성 — **binodal**(공존 조성) — 이다. 본 모형은  $g_j$  가  $\xi = \frac{1}{2}$  대칭이라 공통 접선이 수평( $g'_j = 0$ )이고, 아래 식 (1.38) 로

$$RT \ln \frac{\xi_b}{1 - \xi_b} + \Omega_j (1 - 2\xi_b) = 0 \quad (\text{자명근 } \xi = \frac{1}{2} (\text{언덕 꼭대기}) \text{ 를 제외한 두 근 } \xi_b, 1 - \xi_b) \quad (1.37)$$

의 두 근이 binodal 이다(수치는 아래 계산). 이 접선이 전위축과 잇닿는 길은 한 줄이다 — 식 (1.33) 를 미분하면 그 결과가 정확히 식 (1.29) 의 우변이다:

$$g'_j(\xi) = RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \Omega_j (1 - 2\xi) = sF(V_{\text{eq},j} - U_j). \quad (1.38)$$

접선 위에서 기울기가 일정하다는 것은 갈라져 있는 동안 조성이 변해도 평형 전위가 한 값에 머문다는 뜻이고(평탄 전위, plateau), 본 그림의 대칭 모형에서는 접선이 수평( $g' = 0$ )이라 plateau 가 정확히  $U_j$  에 선다. 좁은  $dV$  에 큰  $dQ$  — 서론의 정의 그대로, ICA peak 의 정체가 이 접선이다.

binodal 안쪽이라고 모두 같은 처지는 아니다. 곡선의 국소 모양을 보자. 가운데 언덕 구간에서는 곡선이 위로 볼록( $g'' < 0$ )이라, 조성을 아주 조금 양쪽으로 나누기만 해도 평균 자유에너지가 즉시 내려간다 — 균질 상태가 어떤 미소 요동에도 버티지 못하고 무너진다. 이 즉시-붕괴 영역의 경계( $g'' = 0$  인 두 변곡점)를 **spinodal**(불안정 경계)이라 부른다(단한 끝은 아래 식 (1.40)). 반면 binodal 과 spinodal 사이에서는 곡선이 국소적으로 아래로 볼록( $g'' > 0$ )이라 작은 요동은 도로 가라앉는다 — 갈라지는 것이 전역적으로는 이득인데 국소 요동으로는 도달할 수 없는 상태, 곧 준안정이다. 준안정 상태가 실제로 갈라지려면 충분히 큰 씨앗(새 상의 핵)이 한 번에 생겨야 하고, 씨앗을 만드는 데는 계면 비용이 들므로 — §1.2 의 언덕 그림 그대로 — 핵생성 장벽을 넘어야 한다. 장벽이 큰 동안 계는 균질인 채로 준안정 가지를 따라 계속 밀려간다. 이 “과주행”이 충방전 히스테리시스의 씨앗이 된다 (§1.13).

spinodal 의 위치는 단한 꼴로 나온다. 식 (1.33) 를 두 번 미분하면

$$g''_j(\xi) = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j \quad (1.39)$$

이고(로그 몫의 1계 미분  $\ln[\xi/(1 - \xi)]$  을 한 번 더 미분하면  $1/[\xi(1 - \xi)]$ ;  $\xi(1 - \xi)$  의 2계 미분은  $-2$ ),  $g''_j = 0$  은  $\xi(1 - \xi) = RT/(2\Omega_j)$  — 곧 이차방정식  $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$  — 이다. 근의 공식으로 풀면

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j, \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT), \quad (1.40)$$

이고  $u_j$  가 실수하려면  $\Omega_j > 2RT$  — 임계 온도  $T_{c,j} = \Omega_j/2R$  아래여야 한다. 한 모수  $\Omega_j/2RT$  가 전 영역을 가른다:

$$\frac{\Omega_j}{2RT} \begin{cases} = 0 & \text{이상 logistic (1.27), } w = RT/F \\ \in (0, 1] & \text{좁힘 (1.32), } w^{\text{eff}} < RT/F \text{ (= 1: 임계, } w^{\text{eff}} = 0) \\ > 1 & \text{상분리 (1.40), plateau + 히스테리시스} \end{cases} \quad (1.41)$$

검산. 검산. binodal 식 (1.37) 은  $\Omega_j = 3RT$  면  $0.0707/0.9293$ (그림 6;  $\ln(0.0707/0.9293) = -2.576 =$

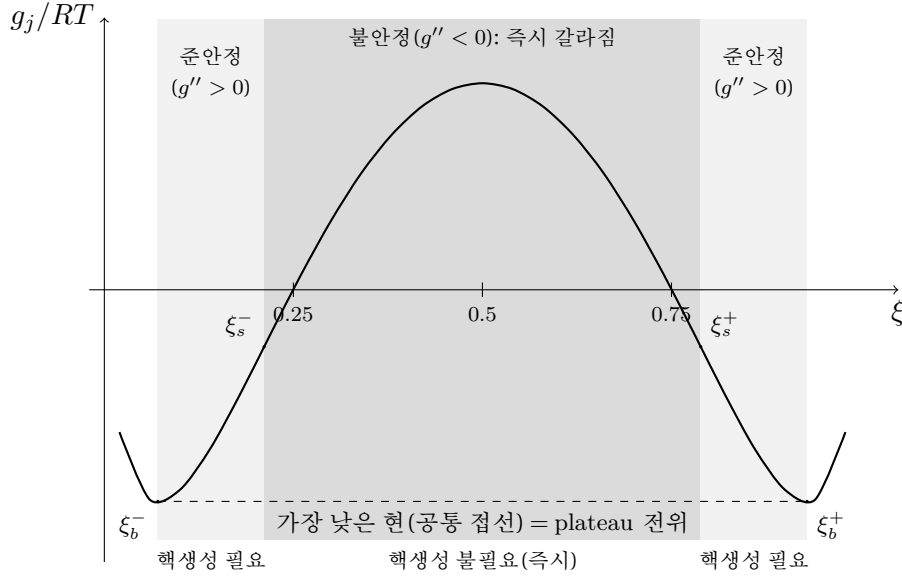


Figure 6: 가운데가 언덕이 된 자유에너지( $\Omega_j = 3RT$  — 곡선은 식 (1.33), 띠 경계는 식 (1.40) 의 실제산값). 곡선이 현(파선)보다 위에 있는 두 점점  $\xi_b^\pm$  사이에서는 갈라지는 쪽이 이득이다 — 이 경계가 binodal 이고, 접선의 기울기가 plateau 전위를 정한다( $g' = sF(V_{eq} - U_j)$  — 식 (1.38)). 진한 띠( $\xi_s^- < \xi < \xi_s^+$ ,  $g'' < 0$ )는 미소 요동에도 즉시 무너지는 불안정 영역 — 경계가 spinodal 이다. 얇은 띠(binodal-spinodal 사이)가 준안정 — 갈라지면 이득이지만 핵생성 장벽을 넘어야 도달하는 영역 — 이며, 충방전 히스테리시스의 무대가 된다. 띠 밖(binodal 바깥)은 균질 단상이 최선인 안정 영역이다.

$-3 \times 0.8586$  확인). spinodal 은 식 (1.40) 로  $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1/3} = 0.211/0.789$ . 극한 —  $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$  에서 binodal-spinodal 이  $\frac{1}{2}$  로 합쳐지고( $u_j \rightarrow 0$ ),  $\Omega_j < 2RT$  면 전 구간  $g'' > 0$ ( $\Omega = 2RT$  는  $\xi = \frac{1}{2}$  한 점에서만 0)이라 갈라짐 자체가 없다 .

**핵심. 상분리의 요지.**  $\Omega$  가 구동력에 합류하면 등온선이 좁아지다가( $w^{\text{eff}}$ , 식 (1.32))  $\Omega > 2RT$  에서 비단조가 된다. 자유에너지의 가운데 언덕이 갈라짐을 이득으로 만들고 — 갈라짐이 시작될 수 있는 경계가 binodal(공통 접선의 두 점점 — 접선 기울기가 plateau 전위를 정한다), 균질이 즉시 무너지는 경계가 spinodal( $g'' = 0$ , 식 (1.40)) — 그 사이의 준안정 띠에서는 핵생성 장벽이 과주행을 허용한다. plateau 가 ICA peak 의 정체이고, 과주행이 히스테리시스의 뿌리다. 한 가지 단서 — 단상 평형은 단일 자리 운동방정식 (1.23) 의 정지점 그대로지만, 공존 plateau 는 갈라질 공간 자유도를 가진 다입자 앙상블의 정지 상태로서 받쳐진다(§1.13 의 mosaic 가 그 정성 근거 — 형식화는 본 장 범위 밖). 단일 평균장 궤적은 갈라지지 못해 준안정 가치를 따른다 — 그 준안정 추종이 곧 앞의 과주행이다. 다음 절은 이 평형 그림을 실제로 측정하는 축을 정의한다.

## 1.6 관측축 — 전하 보존과 내부 전위 $V_n$

여기까지의 결과 — 완화 속도 (1.24), 평형 등온선 (1.27) 과 그 일반형 (1.29) — 는 전부 이론의 변수들( $k, \xi, V$ )로 적혀 있다. 실제 측정에서 손에 쥐는 것은 전류  $I(t)$  와 단자 전압, 그리고 둘에서 만든  $dQ/dV$  곡선이므로, 이 절이 두 세계를 잇는 축을 정의한다. 핵심은 두 가지다 — 전위축의 기준이 되는 내부 전위  $V_n$  이 어디서 오는가, 그리고 관측  $dQ/dV$  가 어떤 미분인가.

### 1.6.1 전하 보존 — $V_n$ 은 풀려서 나오는 값이다

외부 회로로 흘린 방전 전하는 음극의 상태 변화로 정확히 계상된다. 근거는 Faraday 법칙이다 — 전자 하나가 나갈 때마다  $\text{Li}^+$  하나가 빠져나가므로, 흘린 전하의 패러데이 몫은  $F \times (\text{빠진 Li 물수})$ 와 항등으로 같다. 빠진 Li 는 서로소인 두 종류의 자리에서 나오므로 합이 교차항 없이 갈라진다. 첫째는 staging 전이로 분리되는 몫  $\sum_j Q_j \xi_j$  이고, 둘째는 그렇게 분리되지 않는 배경 몫  $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$  — 희박 고용체의 연속 삽입, 표면·결함 자리, 전기이중층(이중층만은 Li 삽입이 아닌 비패러데이 전하지만 같은 단조 배경으로 묶인다) — 이다. 배경 자유도는 전이보다 빨라  $V_n$  을 준평형으로 추종한다고 두며, 그래서 순간 함수  $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$  로 쓴다. 무차원 용량 좌표  $q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$  로 적으면(적분형은 방전 가지 기준 — 충전 가지는 §1.15 가 방향 부호로 처리한다)

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j. \quad (1.42)$$

좌변은 아는 값(외부 입력)이고 우변은 내부 상태 —  $V_n$  과  $\{\xi_j\}$  — 의 함수다. 주어진 순간의  $\{\xi_j\}$  에서 이 등식을 만족하도록 정해지는  $V_n$  이 곧 내부 전위다. 즉  $V_n$  은 외부에서 주어지거나 표에서 읽는 값이 아니라 보존식을 풀어서 나오는 해다 [6, 18].

해가 하나로 정해지는가. 배경 미분용량

$$C_{\text{bg}} \equiv \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} > 0 \quad (1.43)$$

이면 — 고정된  $\{\xi_j\}$  에서 보존식 (1.42) 우변을  $V_n$  으로 미분하면 전이 몫은 죽고 배경 몫만 남아

$$\frac{\partial}{\partial V_n} \left[ Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_j Q_j \xi_j \right]_{\{\xi_j\} \text{ 고정}} = C_{\text{bg}} > 0 \quad (1.44)$$

— 우변이  $V_n$  의 단조 증가 함수다. 따라서 해가 있다면 하나뿐이고, 잔여 전하가 배경의 치역 안에 있는 한(전극 설계상 항상 그렇다) 존재도 보장된다.  $C_{\text{bg}} > 0$  자체는 배경 자유도의 단상 안정성 — 조성에 대한  $\mu$  의 기울기가 양수 — 의 귀결이다. 평형까지 넣으면 한 가지 한계가 드러난다 — 평형에서는  $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n)$  이라 우변 기울기에  $Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$  이 더해지는데, §1.5 에서 본 대로  $\Omega_j > 2RT$  의 등온선은 비단조라 이 기울기가 음이 되는 구간을 갖는다. 그 구간에서는 한  $V_n$  에 여러 평형 해가 공존하며, 어느 해에 있는지는 이력(충전에서 왔는가, 방전에서 왔는가)이 정한다. “OCV = 보존식의 평형 해”라는 명제는 단상에서는 유일해로, 상분리 구간에서는 이력이 고르는 분기에 대한 조건부 명제로 읽어야 한다 — 이 다가성이 §1.13 충방전 분기의 관측축 쪽 얼굴이다.

### 1.6.2 세 전위 — 내부·측정·구동

측정되는 전위는 내부 전위에 분극(저항 강하)이 더해진 값이다:

$$V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n. \quad (1.45)$$

한편 §1.4 의 속도를 구동하는 전위  $V_{\text{drive}}$  의 기본형은  $V_{\text{drive}} = V_n$  이다 — 계면 전하전달 과전압을 내부 전위에 흡수한 lumped 근사로, 상변이의 율속이 계면 전자전달이 아니라 고상 재배열과 핵생성에 지배될 때 타당하다. 과전압을 별도 항으로 분리하는 일반형은 그 가정이 깨지는 조건과 함께 이후 장의 소관이다. 세 전위 —  $V_n$ (보존식의 해),  $V_{\text{app}}$ (측정),  $V_{\text{drive}}$ (구동) — 는 물리적 지위가 다른 양이며, 본 문건 전체에서 구분을 유지한다.

### 1.6.3 관측 $dQ/dV$ — 어떤 미분인가

한 가지 순환을 정직하게 처리해 둔다.  $\xi_{eq,j}$  는  $V_n$  의 함수인데(식 (1.27)), 그  $V_n$  은  $\xi_j$  를 입력으로 받는 보존식의 해다. 고리를 모순 없이 닫는 길은 미분 경로의 구분이다. 한 순간( $q$  고정)에는 동역학이 정해 둔  $\{\xi_j(q)\}$  를 고정하고 보존식을  $V_n$  에 대해 푼다. 그러나 관측되는  $dQ/dV$  는 한 순간이 아니라 궤적을 따라 보는 양이므로,  $\xi_j$  와  $V_n$  이 모두  $q$  의 함수임을 살려야 한다. 보존식 (1.42) 의 양변을 궤적 좌표  $q$  로 미분하면 — 좌변은  $Q_{\text{cell}}$  이 나오고, 우변은  $V_n(q)$  와  $\xi_j(q)$  각각의 연쇄율로 갈라져 —

$$Q_{\text{cell}} = C_{\text{bg}} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dq} \quad (1.46)$$

이다. 누적 전하가  $Q = Q_{\text{cell}} q$  라  $dQ/dq = Q_{\text{cell}}$  이므로, 식 (1.46) 의 양변을  $dV_n/dq$  로 나누면

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{dQ/dq}{dV_n/dq} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (1.47)$$

로 닫힌다 — 마지막 항의  $(d\xi_j/dq)/(dV_n/dq) = d\xi_j/dV_n$  이 궤적을 따라 정의되는 연쇄율 그 자체다.  $\xi_j$  를  $V_n$  의 직접 함수로 보고  $d\xi_j/dV_n$  을 그대로 쓸 수 있는 것은 평형 추종이 성립하는 영역에 한하며, 전류가 흘러 추종이 깨지는 영역의 처리는 §1.8 가 맡는다. 이상적 plateau 에서는 연쇄율이 발산하는데, 이는 결함이 아니라 서론의 “전위 평탄 구간 = peak” 그 자체다:

$$\frac{dV_n}{dq} \rightarrow 0 \implies \frac{dQ}{dV_n} = \frac{Q_{\text{cell}}}{dV_n/dq} \rightarrow \infty. \quad (1.48)$$

무한히 날카로운 이상 peak 를 유한한 모양으로 만드는 것이 다음 절부터의 일이다.

**검산. *Worked example*** — 보존식이  $V_n$  을 정하는 한 장면.  $N_p = 3$ ,  $Q_1 = Q_2 = Q_3 = 0.3 Q_{\text{cell}}$ , 배경 몫  $0.1 Q_{\text{cell}}$  의 가상 음극에서 방전이  $q = 0.5$  까지 진행했고, 그 순간의 동역학 상태가  $\xi_1 = 1.00$ ,  $\xi_2 = 0.55$ ,  $\xi_3 = 0.02$  라 하자. 보존식 (1.42) 를  $Q_{\text{bg}}$  에 대해 풀면

$$Q_{\text{bg}}(V_n) = Q_{\text{cell}} q - \sum_j Q_j \xi_j = [0.5 - 0.3(1.00 + 0.55 + 0.02)] Q_{\text{cell}} = 0.029 Q_{\text{cell}}$$

—  $C_{\text{bg}} > 0$  의 단조성에 의해 이를 만족하는  $V_n$  은 정확히 하나다. 피팅 알고리즘 (§1.15) 이 미측정 조건을 예측할 때 평형 해  $V_{n,\text{OCV}}(q)$  를 생성하는 것도 같은 풀이다(그림 7).

**핵심. 관측축의 요지.**  $V_n$  은 전하 보존식 (1.42) 의 해이고, 측정은  $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ , 구동은  $V_{\text{drive}} = V_n$  (기본형) 이다. 관측  $dQ/dV$  는 궤적 연쇄율 (1.47) 로 닫힌다. 이제 무대가 완성되었다 — 속도식 (§1.2), 평형과 그 비틀림 (§1.4·§1.5), 관측축(본 절). 다음 절부터 이 무대 위에서 *peak* 의 기준선을 세우고, 세 인자의 가치를 차례로 닫는다.

## 1.7 평형 peak 기준선

평형 등온선 (1.27) 과 관측식 (1.47) 이 갖춰졌으니 첫 질문을 묻는다. 전류가 거의 흐르지 않는 평형에서 전이  $j$  의 peak 는 어디에 서고, 얼마나 넓고, 얼마나 높은가. 이 기준선이 있어야 전류가 흐를 때의 변화를 그로부터의 이탈로 읽을 수 있다.

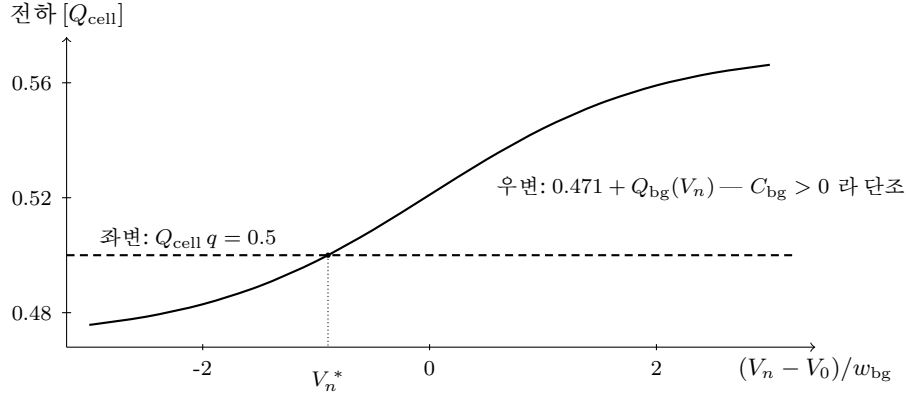


Figure 7: 보존식 (1.42) 이  $V_n$  을 정하는 장면 — 본문 worked example 의 수치 그대로 (실계산:  $Q_{bg} = 0.1 Q_{cell} \sigma((V_n - V_0)/w_{bg})$  예시 배경). 우변(실선)은 식 (1.44) 의 단조성 덕에 한 번만 좌변(파선 수평선)과 만나고, 그 교점  $V_n^*$  ( $Q_{bg} = 0.029 Q_{cell}$ )가 내부 전위다.

### 1.7.1 logistic 의 미분 — 종 모양

평형 추종이 성립하면 관측식 (1.47) 의  $d\xi_j/dV_n$  에 평형 등온선의 기울기가 들어간다. 식 (1.27) 을  $z \equiv s(V_n - U_j)/w_j$  로 치환해 미분하자.  $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$  에서

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq} (1 - \xi_{eq}) \quad (1.49)$$

이고, 연쇄율  $dz/dV_n = s/w_j$  를 곱하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} = \frac{s \xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.50)$$

식 (1.50) 를 관측식 (1.47) 에 넣으면 —  $\xi(1 - \xi)$  는  $\xi = \frac{1}{2}$  에서 최대  $\frac{1}{4}$  인 종 모양 — peak 의 세 양이 바로 읽힌다:

$$\boxed{V_{peak} = U_j(T), \quad \left(\frac{dQ}{dV_n}\right)_{max}^{net} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \int \left(\frac{dQ}{dV_n} - C_{bg}\right) dV_n = Q_j.} \quad (1.51)$$

위치는 전이 중심  $U_j$ , 순높이는  $Q_j/(4w_j)$ , 배경을 뺀 면적은 용량  $Q_j$  그대로다(면적 보존 —  $\int_0^1 d\xi = 1$ ; 적분창에 전이  $j$  만 있는 분리 peak 기준이고 겹침의 합산은 §1.12). 너비는 별도 지표를 유도하지 않는다 — 종의 반높이 너비가  $w_j$  의 서너 배 규모라는 사실이면 충분하고, 본 문건의 주 토평인 꼬리는 어차피 이 단봉 지표 바깥의 이야기다. 실무 관독에는 “면적이  $Q_j$ , 높이가  $Q_j/(4w_j)$  이므로 너비 규모는 그 비”라는 관계가 더 쓸모 있다. 폭 파라미터  $w_j$  자체는 이상 극한에서  $RT/F(25.7 \text{ mV}, 25^\circ\text{C})$ , 상호작용이 있으면 식 (1.32) 의  $w^{\text{eff}}$  로 좁아진다.

검산. 수치 재현.  $Q_j = 0.3 Q_{cell}$ ,  $w_j = 25.7 \text{ mV}(25^\circ\text{C 이상 극한})$  면 순높이  $Q_j/(4w_j) = 0.3/(4 \times 0.0257) \approx 2.9 Q_{cell}/V$ , 배경 차감 면적은  $0.3 Q_{cell}$  그대로다. 극한 —  $w \rightarrow 0$  에서 높이 발산·면적 불변(이상 plateau 의 ICA 선),  $T$  를 올리면  $w \propto T$  라 종이 낮고 넓어진다(면적 보존).



### 1.7.2 온도가 기준선을 움직이는 두 길

폭과 높이.  $w_j \propto T$  이므로 저온일수록 평형 peak 는 좁고( $w$  감소) 높다(면적 보존). 뒤에서 보겠지만 관측은 정반대 — 저온에서 넓고 낮다 — 인데, 그 역전이 바로 동역학 꼬리의 증거가 된다.

위치. 전이 중심도 온도에 따라 움직인다. 두 입력 — 식 (1.18) 가 정의한 삽입 반응 자유에너지  $\Delta G_j = -sFU_j$  와, Gibbs 기본 미분  $dG = -SdT + VdP$  가 등압에서 주는 표준 항등식  $\partial\Delta G/\partial T|_P = -\Delta S$  — 를 잇기만 하면 된다:

$$\Delta G_j = -sFU_j, \quad \frac{\partial\Delta G_j}{\partial T} = -\Delta S_j \implies \frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}. \quad (1.52)$$

$\Delta S_j$  는 삽입 반응 엔트로피로, 속도에 들어가는 활성화 엔트로피  $\Delta S_{a,j}$  와 다른 양이다 [12]. 수치로는  $|\Delta S_j|$  가 수 J/(mol K) 수준이라  $|\partial U_j/\partial T| \sim 0.01\text{--}0.1$  mV/K — 30 K 측정창에서 위치가 0.3–3 mV 움직이는 규모다. 작아 보여도 다운도 피팅에서는 온도마다  $U_j(T)$  를 따로 읽어야 하는 이유가 된다 (§1.15).

상분리 영역의 평형 기여.  $\Omega_j > 2RT$  전이의 평형 기여는 종 모양이 아니라 공통 접선의 plateau (§1.5) — 이상적으로는 무한히 날카로운 선 — 이다. 실측에서 그것이 유한 폭의 봉우리로 보이는 까닭은 평형이 아니라 broadening(입자 분포·동역학)에 있으며, 그 처리는 §1.14.1 에서 한다.

**핵심. 기준선의 요지와 한계.** 단상 전이의 평형 peak 는 중심  $U_j(T)$ , 순높이  $Q_j/(4w_j)$ , 면적  $Q_j$  의 대칭 종이고, 저온일수록 좁고 높다(분기 전이의 평형 기여와 폭의 지위는 §1.14.1). 평형만으로는 관측의 역전(저온·고율에서 넓고 낮고 비대칭)을 설명할 수 없고, 전류가 흐를 때 평형을 따라가지 못하는 동역학이 꼬리의 주인이다. 다음 절이 그 경쟁 — C-rate 가지 — 을 연다.

## 1.8 C-rate 가지 — 지연과 꼬리

근본식의 첫 가지를 연다. §1.2 의 지도 (c)에서 말했듯 C-rate 는 속도식에 경쟁으로 들어온다 — 전류가 단위 시간당 요구하는 전환량과, 계가 식 (1.2) 로 낼 수 있는 완화 속도의 경쟁이다. 요구가 공급을 넘는 만큼 전환은 뒤처지고, 그 뒤처짐이 관측 peak 의 꼬리가 된다. 이 절은 그 경쟁을 하나의 보편 미분방정식으로 적고, 닫힌 일반해를 구한 뒤, 상승부와 꼬리를 같은 해의 두 극한으로 읽는다.

### 1.8.1 측정축으로 옮긴 운동방정식

정전류 방전에서 용량 좌표는  $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$  로 흐른다. 운동방정식 (1.23) 을  $dq/dt$  로 나누면 (기본형에서  $\xi_{\text{ss}} = \xi_{\text{eq}}$  이므로) 운동이 측정축으로 옮겨진다:

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{d\xi_j/dt}{dq/dt} = \frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j). \quad (1.53)$$

이제 지연  $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$  (위첨자 없는  $r_j$  — 속도  $r_j^\pm$  와 다른 양이다)의 변화율로 다시 적자.  $dr_j/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$  — 목표의 변화율에서 실제 진행의 변화율을 뺀 것 — 에 식 (1.53) 를 넣으면, 영역 제한 없이 성립하는 보편 방정식이 나온다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}}. \quad (1.54)$$

첫째 항은 평형 목표의 이동이 지연을 공급하는 원천이고, 둘째 항은 완화가 지연을 소거하는 감쇠다. 무차원 길이  $L_{q,j}$  가 요구와 공급의 비 그 자체다 — 분자  $|I|/Q_{\text{cell}}$  는 요구 속도, 분모  $k_j$  는 식 (1.2) 의

공급 속도이고, 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 꼬리 영역( $\mathcal{A}_j \gtrsim$  수  $RT$ )에서는 정방향의 우세해  $k_j \simeq r_j^+$ 로 읽으며, 보편형의 괄호 인자  $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 가 살아 있는 전이대의 처리는 §1.9에서 정리한다.

### 1.8.2 일반해 — 지수 기억

식 (1.54)는 1계 선형 상미분방정식이므로 적분인자로 닫힌 일반해를 갖는다.  $L_{q,j}$ 가 적분 구간에서 천천히 변한다는 가정 아래(정량 조건은 아래 검산) 적분인자  $e^{q/L_{q,j}}$ 를 잡으면, 곱의 미분이 좌변을 완전 미분 하나로 묶어 준다:

$$\frac{d}{dq} \left( r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left( \frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}. \quad (1.55)$$

첫 등식이 곱의 미분이고, 둘째 등식은 식 (1.54)를  $dr_j/dq + r_j/L_{q,j} = d\xi_{eq,j}/dq$ 로 이항해 대입한 것이다. 양변을  $q_0$ 부터  $q$ 까지 적분하면 좌변은 완전 미분이라 양 끝값의 차만 남고,

$$r_j(q) e^{q/L_{q,j}} - r_j(q_0) e^{q_0/L_{q,j}} = \int_{q_0}^q e^{q'/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq', \quad (1.56)$$

전체에  $e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해  $r_j(q)$ 를 꺼내면 — 지수들이  $e^{-(q-q_0)/L_{q,j}}, e^{-(q-q')/L_{q,j}}$ 로 합쳐져 — 닫힌 일반해가 나온다:

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq'. \quad (1.57)$$

지연은 두 몫의 합이다 — 초기 지연의 지수 감쇠와, 과거의 목표 변화율을 지수 커널로 가중해 누적한 기억이다. 둘째 몫은 합성곱 그 자체다:

$$r_j(q) \Big|_{r_j(q_0)=0} = (K * \frac{d\xi_{eq,j}}{dq})(q), \quad K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_{q,j}} \quad (\Delta q \geq 0). \quad (1.58)$$

계는 용량축에서 길이  $L_{q,j}$ 만큼의 최근 과거만 기억한다(그림 8). 수치 감을 들어 두면 — 0.1C에서  $k_j = 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ 이면  $L_{q,j} = (0.1/3600)/10^{-3} \approx 0.028$ , 전체 방전의 3% 거리다. 저온으로  $k_j$ 가 12배 느려지면 (§1.2의 수치)  $L_{q,j} \approx 0.33$  — 기억이 전이 하나를 통째로 덮는 길이가 된다.

### 1.8.3 두 극한 — 상승부와 꼬리

극한 (i): 상승부. 목표가 기억 길이에 비해 천천히 변하면 — 한 기억 길이 안에서  $d\xi_{eq}/dq'$ 가 거의 일정하면 — 일반해 (1.57)의 적분에서 그 인자를 현재값으로 꺼낼 수 있다(초기 지연 항은  $q - q_0 \gg L_q$ 에서 이미 죽었다고 두자). 남는 것은 지수 커널 자신의 적분이라 닫힌 꼴로 평가된다:

$$\int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} dq' = L_{q,j} \left[ 1 - e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} \right] \xrightarrow{q-q_0 \gg L_{q,j}} L_{q,j}. \quad (1.59)$$

따라서

$$r_j(q) \simeq L_{q,j} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} \Big|_q + O(L_{q,j}^2) \quad (1.60)$$

— 지연은 목표 변화율에 비례하는 소량이다( $O(L^2)$ 는 꺼낸 인자의 잔여 변화 몫 — 식 (1.59)의 적분을 부분적분 한 번 더 하면  $L_{q,j}^2 d^2\xi_{eq}/dq^2$  항으로 나온다). 빠른 동역학 극한( $k \rightarrow \infty, L_q \rightarrow 0$ )에서  $r \rightarrow 0$ , 평형 추종이 회복된다. 상승부의 관측이 평형 peak 기준선으로 지배되는 근거가 이것이다.

극한 (ii): 꼬리. peak를 지나면 목표가 포화해 원천이 꺼진다. 꼬리 시작점  $q_a$ 를 “원천  $d\xi_{eq,j}/dq$ 가

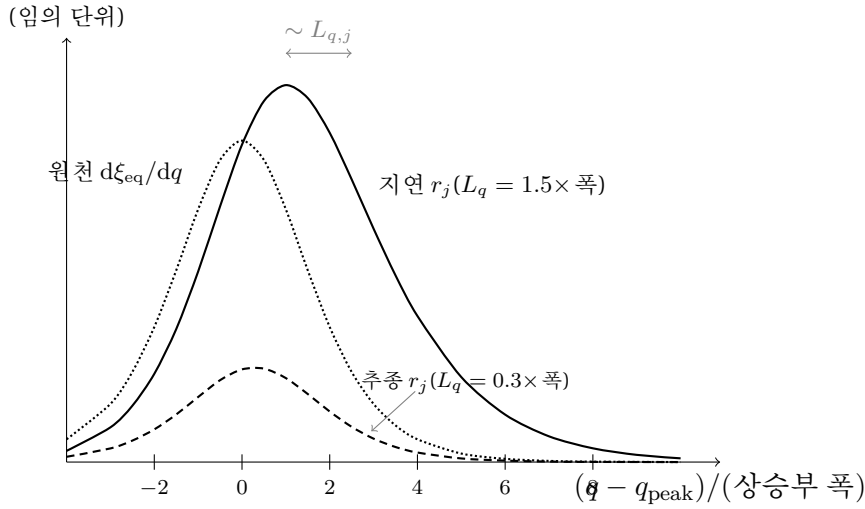


Figure 8: 일반해의 기억 거동(실계산, 두 케이스). 점선은 원천(평형 목표의 변화율). 파선은  $L_q = 0.3 \times$  상승부 폭 — 지연이 식 (1.60) 그대로  $L_q d\xi_{eq}/dq$ 로 원천을 축소 추종하고(정점 높이  $\approx L_q \times$  원천 정점), 정점 이동도 커널 평균  $\sim L_q$  (§1.11 에서 정량)에 머문다. 실선은  $L_q = 1.5 \times$  폭 — 기억이 상승부를 통째로 덮어 정점이 원천보다 낮고 높으며, 원천이 포화로 꺼진 뒤에는 식 (1.61)의 순수 지수 감쇠로 넘어간다. 상승부 극한(추종)과 꼬리 극한(지수 기억)이 같은 일반해 (1.57)의 두 얼굴임을 한 그림으로 보였다(인용한 두 극한 식은 바로 다음 소절에서 유도된다).

정점값의 일정 분율(예 5%) 이하로 떨어지는 첫 좌표”로 정의하면(컷은 전 데이터셋 공통 고정 — §1.15), 일반해 (1.57)를  $q_0 = q_a$ 에서 다시 시작할 수 있다. 그러면 원천이 꺼진 탓에( $d\xi_{eq}/dq' \simeq 0$ ,  $q' > q_a$ ) 기억 적분이 통째로 사라지고, 초기 지연의 감쇠 항 하나만 남는다:

$$r_j(q) = r_{a,j} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right] \quad (q \geq q_a), \quad r_{a,j} \equiv r_j(q_a). \quad (1.61)$$

지연이 길이  $L_{q,j}$ 로 지수 감쇠한다(컷 잔여  $\leq 5\%$  원천의 처리와 그  $\chi$ -편향 정량은 §1.15 (3')). 관측에 들어가는 것은 실제 진행률의 변화율인데, 꼬리에서는 목표가 포화해 있으므로  $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 의 미분에서 지연 몫만 남고, 식 (1.61)를 미분하면 지수에서  $-1/L_{q,j}$ 가 내려와 음의 부호와 상쇄된다:

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \underbrace{\frac{d\xi_{eq,j}}{dq}}_{\simeq 0 \text{ (포화)}} - \frac{dr_j}{dq} \simeq \frac{r_{a,j}}{L_{q,j}} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right] \quad (1.62)$$

— 같은 지수형이고 진폭이  $r_{a,j}/L_{q,j}$ 로 단혔다. 전압축으로 옮기자. 관측의 꼬리 몫은 연쇄율 (§1.6) 그대로  $Q_j(d\xi_j/dq)/(dV_n/dq)$ 이고, post-peak 에서  $V_n(q)$ 의 국소 기울기로  $q - q_a = (V_n - V_{a,j})/|dV_n/dq|_{q_a}$ 를 식 (1.62)의 지수에 대입하면

$$\left.\frac{dQ}{dV_n}\right|_{\text{tail}} = \frac{Q_j r_{a,j}}{L_{V,j}} \exp\left[-\frac{V_n - V_{a,j}}{L_{V,j}}\right] \quad (s(V_n - V_{a,j}) \geq 0), \quad L_{V,j} = \left|\frac{dV_n}{dq}\right|_{q_a} L_{q,j} \quad (1.63)$$

— 진폭까지 닫힌 꼴이다. 분자의  $1/L_{q,j}$ 와 분모의  $dV_n/dq$ 가 묶여 전압축 길이  $L_{V,j}$  하나로 들어갔다 — 뒤의 분포 일반형 (§1.10)과 실무 피팅형 (§1.11)의 꼬리 진폭  $r_a/L_V$ 가 정확히 이 식이다. 꼬리는 단방향이다 — 방전 진행 방향으로만 꼬리를 끈다(표기는 방전 본론  $s = +1$  기준이고, 충전 가지의 거울상 감쇠는 통합형 (§1.15)이  $\sigma_d$ 로 처리한다).

검산. 상수  $L_q$ 의 정량 조건. 일반해는  $L_{q,j}$ 를 적분 밖으로 꺼냈다. 유효 조건은 한 감쇠 길이 동안  $\ln L_q$ 의 변화가 작다는 것 — 전위 의존 (§1.9)으로 환산하면  $(\chi F/RT) L_{V,j} \ll 1$ 이다. 전형값( $\chi = 0.5$ ,  $L_V = 5 \text{ mV}$ ,  $25^\circ \text{C}$ )으로  $\approx 0.1$  — 성립하나 경계적이며, 꼬리가 길어지면 위반된다. 위반의 지문은

후미 가속이다 — 꼬리가 깊어질수록 구동력이 커져  $L_q$  가 줄므로 반로그에서 곡선이 현 위로 부른다. §1.10 의 분포 늘어짐(현 아래로 처짐)과 곡률 부호가 반대라 잔차로 구별되며, 처방도 분포 적분이 아니라  $\mathcal{A}_j(V)$  의 드리프트를 살리는 것이다 — 운용상으로는 *sub-window* 국소  $L_V$  가 그 드리프트를  $\chi$  회귀의 신호로 흡수한다 (§1.15) — 기울기  $|dV_n/dq|$  자체의 드리프트도 같은 *sub-window* 처방이 받는다. 꼬리 면적 회수 —  $\int_{V_a}^{\infty} (dQ/dV_n)|_{tail} dV_n = (Q_j r_{a,j}/L_{V,j}) \cdot L_{V,j} = Q_j r_{a,j}$ : 꼬리가 운반하는 전하가 정확히 잔류 지연 뭉치다(빠른 완화 극한은  $r_a \rightarrow 0$  과 함께 꼬리가 면적째 소멸 — 평형 복귀). 차원 계산 —  $L_{q,j} = [C/s]/([C][s^{-1}]) = \text{무차원}$  .

**핵심. C-rate** 가지의 요지. 꼬리는 요구와 공급의 경쟁에서 진 뭉치다. 특성 길이  $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$  에 근본식이 그대로 들어가므로  $L_{q,j} \propto |I| e^{\Delta G_{a,j}/RT}$  — 고율일수록, 저온일수록 꼬리가 길다. 관측의 “저온·고율 긴 꼬리”가 닫힌 식으로 설명되었다. 남은 가지는 둘 — 전위가  $\Delta G_a$  를 낮추는 길 (§1.9) 과, 온도·입자 분포가 꼬리 모양을 다듬는 길 (§1.10) 이다.

## 1.9 전위 가지 — 유효 장벽

둘째 가지다. §1.4 의 식 (1.20) 에서 전위(구동력  $\mathcal{A}_j$ ) 가 정·역 장벽을 비대칭으로 옮기는 것까지 보았으니, 남은 일은 그것이 앞 절의 꼬리 길이  $L_{q,j}$  (1.54) 에 어떻게 새겨지는지 닫는 것이다.

### 1.9.1 유효 장벽과 forward 극한

꼬리 영역은 구동 전위가 전이 중심을 지나간 곳( $\mathcal{A}_j > 0$ ) 이므로 정방향의 우세하다. §1.4 의 보편형  $k_j = r_j^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$  에서 괄호 인자의 초과분(역방향 뭉치  $e^{-\mathcal{A}_j/RT}$ ) 은  $\mathcal{A}_j = RT$  에서 37%,  $3RT$  에서 5% — 구동력이 수  $RT$  를 넘으면 역방향 뭉치를 버린 forward 극한이 정확하다:

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j, \quad k_j \simeq k_0 \exp \left[ -\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT} \right] \quad (\mathcal{A}_j \gtrsim 3RT) . \quad (1.64)$$

근본식 (1.2) 의 장벽 자리에  $\Delta G_{\text{eff}}$  가 앉았을 뿐 형태는 그대로다 — 전위는 평형 목적지를 옮기지 않고(목적지는  $U_j$  의 뭉치다) 도달 속도만 바꾼다. 전이대  $RT \lesssim \mathcal{A}_j \lesssim 3RT$  에서는 forward 형이 선도 근사일 뿐이므로, 정밀이 필요하면 보편형 괄호 인자를 그대로 곱한다 — 이 보정은 전위만의 함수라 모든 입자에 공통이고, 입자 분포로는 흡수되지 않는 인자다 (§1.10 의 분포 적분 밖에 곱해진다; 컷 처리 규칙은 §1.15 M3).

### 1.9.2 꼬리 길이의 전위 의존

식 (1.64) 를 식 (1.54) 에 넣으면  $L_{q,j} \propto 1/k_j$  다. 미분 전에 한 겹만 일반화해 두자 — 전하전달이 아무리 빨라도 수송·유한 자리 같은 다른 단계가 전체를 제한할 수 있으므로, 임의의 절단 대신 직렬 합성  $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$  으로 두고  $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$  로 읽는다( $k_{j,\text{lim}}$  은 전위 무관으로 둔다 — 전위 의존이 있으면 아래 수송 진단에 걸린다). 두 단계로 미분하자. 먼저 활성화 속도 자체 — 식 (1.64) 에 로그를 취하면  $\ln k_j = \ln k_0 - (\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT$  이고, 이 중  $V_{\text{drive}}$  에 의존하는 것은  $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$  뿐이라

$$\frac{\partial \ln k_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{\chi}{RT} \frac{\partial \mathcal{A}_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{\chi sF}{RT} . \quad (1.65)$$

다음으로 직렬 합성 —  $\ln k_j^{\text{eff}} = -\ln [1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}]$  을 미분하면 전위 의존이 있는  $1/k_j$  항만 살아

$$\frac{\partial \ln k_j^{\text{eff}}}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{1/k_j}{1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}} \frac{\partial \ln k_j}{\partial V_{\text{drive}}} = \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_j + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi sF}{RT} \quad (1.66)$$

$(\partial(1/k_j)/\partial V_{\text{drive}} = -(1/k_j) \partial \ln k_j / \partial V_{\text{drive}}$  를 넣고 두 음의 부호가 상쇄된 것이고, 둘째 등식은 분자 분모에  $k_j k_{j,\text{lim}}$  을 곱해 정리한 것이다).  $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$  의 로그 미분은 식 (1.66) 의 부호 반전이므로

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V_{\text{drive}}} = - \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_j + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi s F}{RT} \leq 0. \quad (1.67)$$

구동이 깊을수록 장벽이 낮아지고 꼬리가 짧아진다 — 관측의 “전위 $\uparrow \Rightarrow$  꼬리 $\downarrow$ ” 가 단혔다. 앞 인자는 직렬 율속의 감쇠로,  $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$  의 활성화 지배 극한에서 1 로 — 기울기가 순수  $-\chi s F/RT$  로 — 환원되고, 유한 공율속이면 기울기가 그만큼 죽지만 부호는 유지된다. 다만 그때는 등온 기울기에서  $\chi$  와 감쇠 인자가 함께 퇴화해 분리되지 않으므로,  $k_{j,\text{lim}}$  의 정량 추정 은 이후 장의 소관이고 본 문건의 식별 사슬은 활성화 지배 확인 (§1.15 S0) 위에서만 돈다. 직렬 합성은 “왜 임의 절단이 아닌가”를 보이는 논리 장치이며, 활성화 지배 여부 자체는 측정으로 판정한다 (§1.16 의 수송 진단).

**유효 범위. 선형 근사의 한계.**  $-\chi \mathcal{A}$  는 소구동력 1차 근사다. Marcus 포물면의 2차 항은 상대 크기  $\sim \mathcal{A}/2\lambda$  ( $\lambda$ =재구성 에너지)로 들어오므로 [9], 본 문건의 작동 창은

$$3RT \lesssim \mathcal{A}_j \ll \lambda \quad (\text{좌: forward 극한 (1.64), 우: 선형 근사})$$

— *forward* 극한이 정확하면서 선형이 아직 유효한 띠다. 삽입 상전이에서  $\lambda$  는 이온 전달에 동반되는 용매·격자 재구성이 묶인 수십  $\text{kJ/mol}$  규모 —  $RT \approx 2.5 \text{ kJ/mol}$  의 십수 배 이상 — 라 이 창은 넉넉하다.

**핵심. 전위 가지의 요지.** 전위는 근본식의 장벽을  $\chi \mathcal{A}_j$  만큼 낮춰(식 (1.64)) 꼬리를 짧게 한다(식 (1.67)). 측정측에서는 분극  $s_I |I| R_n$  (식 (1.45)) 이 *peak* 위치를 평행이동시키는 별도의 전위 효과도 있다 — 형상(꼬리)은  $\Delta G_{\text{eff}}$  가, 위치는 분극이 맡는 분업이다. 이제 마지막 가지 — 온도 — 와, 입자가 하나가 아니라는 사실이 남았다.

## 1.10 온도 가지 — Arrhenius 와 입자 분포

셋째 가지다. 온도는 근본식 (1.2) 의 지수 분모에 직접 앉아 있으므로, 가지라기보다 척추의 체온 그 자체다. 이 절은 두 가지를 닫는다 — 꼬리 길이에서 활성화 엔탈피를 깨끗하게 뽑는 Arrhenius 회귀 형식과, 입자가 하나가 아니라는 사실(장벽의 분포)이 온도와 결합해 꼬리를 늘어뜨리는 방식이다.

### 1.10.1 Arrhenius 회귀 — 엔탈피만 기울기에 남기기

식 (1.54) 에 식 (1.64) 를 넣자.  $k_0 = k_B T/h$  (식 (1.2)) 이므로

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right] = \frac{T_*}{T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT}\right], \quad T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B} \quad (1.68)$$

( $T_*$  는 로그를 무차원화하는 특성 온도 — 셋째 등식은  $|I| h / Q_{\text{cell}} k_B$  를  $T_*$  로 묶은 것뿐이다; 지수가 양수, 곧  $\Delta G_{\text{eff}} > 0$  인 것은 작동 창  $\mathcal{A} \ll \lambda$  (§1.9) 가 담보한다). 로그를 취하고  $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$  로 갈라 적으면

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{T_*}{T} + \frac{\Delta H_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT} - \frac{\Delta S_{a,j}}{R}. \quad (1.69)$$

우변에서  $1/T$  의 계수가 되는 것은  $\Delta H_{a,j}$  와 구동항  $\chi \mathcal{A}_j$  뿐이고,  $-\Delta S_{a,j}/R$  는 온도 무관 절편으로 빠진다. 그러니 측정량 쪽으로 이항을 두 번 하자 — 로그 인자  $\ln(T_*/T)$  를 좌변으로 옮겨  $\ln L_{q,j} - \ln(T_*/T) = \ln[L_{q,j} T/T_*]$  로 묶고, 기지값이 된 구동항  $\chi \mathcal{A}_j/RT$  도 좌변으로 옮긴 뒤 전체 부호를 뒤집



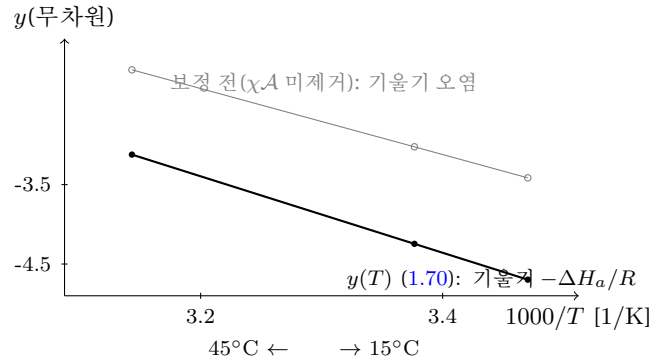


Figure 9: Arrhenius 회귀 (1.71) 의 시각(실계산:  $\Delta H_a = 40 \text{ kJ/mol}$ , 절편 12, 세 온도 15/23/45°C). 검정 점·직선은 보정된 측정량  $y(T)$  (1.70) — 정확히  $1/T$  에 선형이고 기울기가  $-\Delta H_a/R$  다. 회색 점은 구동항  $\chi A_j/RT$  를 빼지 않은 경우( $\chi A \approx 2.9 \text{ kJ/mol}$  에 로그 인자 잔류가 겹친 예시 — offset 이 온도마다 달라 기울기가 겹보기 수  $\text{kJ/mol}$  오염된다). S4 가  $\chi$  를 먼저 닫는 이유(§1.15)가 이 그림이다.

으면

$$y(T) \equiv \ln \frac{T_*}{L_{q,j} T} - \frac{\chi A_j(T)}{RT} = -\frac{\Delta H_{a,j}}{R} \cdot \frac{1}{T} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R} \quad (1.70)$$

— 순수하게  $1/T$  에 선형인 측정량이 나온다. 따라서(구동항의 평가점은 전 온도 공통 SOC — §1.15 S4):

$$y(T) \text{ 를 } \frac{1}{T} \text{ 로 회귀} \Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_{a,j}}{R}, \quad \text{절편} = +\frac{\Delta S_{a,j}}{R} \text{ (결합값)}. \quad (1.71)$$

검산. 특수 케이스 회수.  $\chi A_j \rightarrow 0$  이면  $y = \ln[T_*/(L_{q,j} T)]$  — 보정 없는 고전 Arrhenius 회귀로 환원된다. 수치 —  $\Delta H_a = 40 \text{ kJ/mol}$ , 측정창  $15 \rightarrow 45^\circ\text{C}$  는  $\Delta(1/T) = 3.27 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$  이라  $\Delta y = (\Delta H_a/R) \Delta(1/T) \approx 1.57$  — 그림 9 직선의 낙차 그대로이고,  $\Delta H_a$  의 상대오차 어림  $\approx \delta y/1.57$  로도 쓰인다.

구동항 보정에 쓰는  $\chi$  는 전위 가지(§1.9)에서 먼저 닫아 지지값으로 넣는다(그림 9) — 이 순서가 “ $\chi$  와  $\Delta H_a$  가 둘 다 꼬리 지수에 섞이는” 공선형을 끊는 열쇠이며, 피팅 절차의 단계 설계(§1.15)가 그대로 이 순서다.  $\Delta S_{a,j}$  는 prefactor 와 결합한 절편으로만 나오므로 단독으로는 식별되지 않는다 — 절대값은 prefactor 에 묻고 의존성만 뽑는다는 §1.2 의 전략 그대로다. 부호에 주의 —  $y$  회귀의 절편은  $+\Delta S_{a,j}/R$ (결합값)이고, §1.15 M3 의  $b_j = -\Delta S_{a,j}/R$  는 그 부호 반전이다( $b_j = -$  절편). 절편이 온도 무관 상수로 분리되려면  $k_0$  가 흡수한  $O(1)$  인자·활동도 뚫이 측정창 안에서 온도 무관해야 한다 — §1.15 의 울타리 ③ 이 그 가정이다.

### 1.10.2 입자 분포 — 같은 온도가 산포를 키운다

실제 전극은 입자 집단이고, 입자마다 크기·결정성·국소 환경이 달라 활성화 장벽이 한 값이 아니라 분포를 이룬다. 장벽  $G(\equiv \Delta G_a$  값의 축약 — 이 절에서만 쓰며 Gibbs 함수가 아니다)의 용량-분율 밀도를  $\rho_G(G)$  라 하자 —  $\rho_G(G) dG$  는 장벽이  $[G, G + dG]$  에 드는 집단이 담당하는 용량 분율이고,  $\int \rho_G dG = 1$  로 정규화한다. 각 집단은 자신의 장벽으로 자신의 꼬리 길이  $L_q(G) \propto e^{(G-\chi A)/RT}$  를 갖는다.

여기서 온도가 두 번째로 등장한다. 길이의 로그는  $\ln L_q = \text{const} + G/RT$  로 장벽에 선형이므로  $\partial \ln L_q / \partial G = 1/RT$  — 장벽의 표준편차  $\sigma_G$  는 선형 전파로

$$\sigma_{\ln L} = \frac{\sigma_G}{RT} \quad (1.72)$$



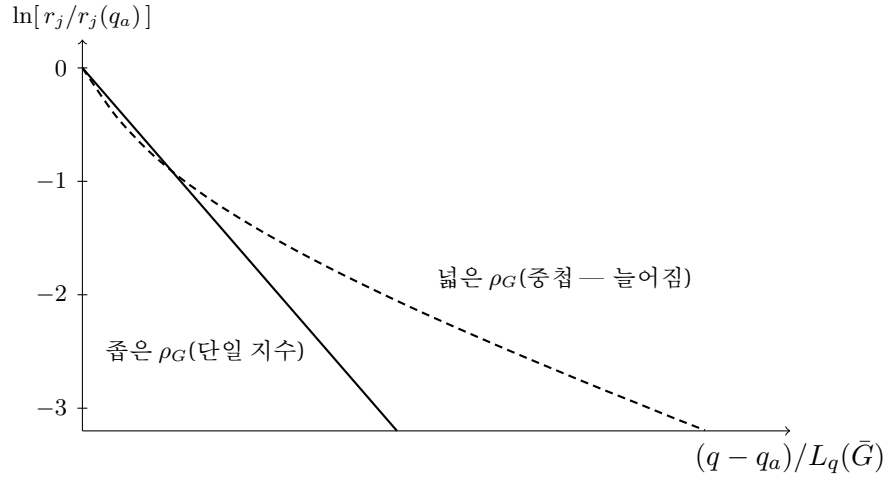


Figure 10: 지수 감쇠의 연속 중첩(반로그). 실선은 단일 장벽(좁은  $\rho_G$ )의 순수 지수 — 직선이다. 파선은 감쇠 길이  $L/3$ ,  $L$ ,  $3L$  ( $L \equiv L_q(\bar{G})$  — 평균 장벽의 길이) 세 집단의 동일 가중 혼합 — 초기엔 빠른 집단이 끌어내려 가파르고, 후미에선 느린 집단만 남아 완만해진다. 이 “현 아래로 처지는” 모양이 stretched 꼬리의 지문이며, 잔차 진단에서  $\rho_G$  적분을 켜는 신호다 (§1.15).

처럼  $1/RT$  배로 전파된다. 같은 입자 분포라도 저온일수록 길이 산포가 커진다 —  $\sigma_G = 5$  kJ/mol 이면  $25^\circ\text{C}$  에서  $\sigma_{\ln L} \approx 2.0$ ,  $-15^\circ\text{C}$  에서 2.3. 로그 폭 2 란 집단 간 길이가 중앙값의  $e^{\pm 2}$  — 양쪽으로 각각 일곱 배, 양끝 간 십다섯 배 — 로 퍼진다는 뜻이다.

관측 꼬리는 집단별 지수 꼬리 (1.63) 의 용량-분율 가중 합이다:

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} = Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} e^{-(V_n - V_a)/L_V(G)} dG \quad (s(V_n - V_a) \geq 0). \quad (1.73)$$

분포가 한 값으로 좁아지는 극한에서는 적분이 단혀 §1.8 의 단일지수로 정확히 환원된다:

$$\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G}) : \left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \rightarrow \frac{Q_j r_a(\bar{G})}{L_V(\bar{G})} e^{-(V_n - V_a)/L_V(\bar{G})} = \text{식 (1.63)} \quad (1.74)$$

(전세대 컷의 괄호 인자는 §1.9 대로 적분 밖의 공통 인자 — 분포로 흡수되지 않는다). 분포가 넓으면 빠른 집단이 먼저 죽고 느린 집단이 꼬리를 끌어, 반로그 좌표에서 직선(단일지수)이던 것이 두 끝을 잇는 현 아래로 처지는 볼록 곡선이 된다(그림 10 — 초기엔 빠른 집단이 기울기를 가파르게, 후미엔 느린 집단이 완만하게 만든다). 실측 꼬리의 “늘어짐”(stretched)이 이 중첩의 귀결이다. 덧붙여 두면, 감쇠율  $\kappa = 1/L$  로 변수를 바꾼 율 밀도  $\tilde{\rho}(\kappa)$  의 가중 적분은 Laplace 변환 꼴이므로, 꼬리 적분량의 점근형이 정확히 stretched exponential  $e^{-(x/L_{\text{KWW}})^\beta}$  — Kohlrausch–Williams–Watts 함수 — 가 되는 것은  $\rho_G$  가 그 역변환 핵일 때다 [13, 14, 15]. 중요한 운용 규칙 하나 —  $\rho_G$  는 꼬리에서 역산하지 않는다. stretched 꼬리에서 분포로의 역문제는 악조건(ill-posed)이라 — 특이값이 지수적으로 붕괴해 잡음과 유한 창에서는 사실상 비유일 — 입자 크기·구조 분포에서 forward 로 모형해 넣고 예측을 데이터와 대조한다(구체 분포측과 입자 크기  $\rightarrow G$  맵은 이후 장의 소관이고, 잔차 운용은 §1.15 의 진단표). 검정 가능한 따름정리도 있다 — 분포가 온도 무관(고정  $\rho_G$ )이면 식 (1.72) 에 의해 늘어짐 지수  $\beta$  가 저온일수록 작아져야 한다 [15];  $\beta$  가 온도에 무관하게 나오면 고정 장벽 분포 그림 자체가 기각된다.

**핵심. 온도 가지의 요지.** 온도는 두 길로 꼬리에 들어온다 — 근본식 지수의 직접 의존(Arrhenius 회귀 (1.71) 로  $\Delta H_a$  를 깨끗하게 회수)과, 고정된 입자 분포를  $1/RT$  로 증폭해 늘어짐을 만드는 간접 의존(식 (1.72)·(1.73)). 이로써 세 가지가 모두 단혔다 — C-rate (§1.8)·전위 (§1.9)·온도(본 절). 다음 절이 이들을 평형 기준선과 한 식으로 합친다.

## 1.11 합성 — 방전 닫힌식과 세 인자 의존

재료가 모두 준비되었다. 평형 기준선 (1.51) 과 세 가지의 결과 — 꼬리 (1.63) · 유효 장벽 (1.64) · 분포 일반형 (1.73) — 를 관측식 (1.47) 위에서 합치면, 방전  $dQ/dV$  가  $(V_n; T, |I|)$  의 닫힌 함수가 된다 ( $V_{\text{drive}}$  는 기본형에서  $V_n$  그 자체 — 외부 노브가 아니라 내부 좌표다).

### 1.11.1 닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분

실제 진행률은 어느 영역에서나  $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - r_j$  로 적을 수 있고, 지연  $r_j$  의 거동은 §1.8 의 일반해가 전 구간에서 정해 준다 — 상승부에서는  $O(L_q)$  의 소량, 꼬리에서는 지수 감쇠다. 입자 분포까지 넣으면 지연은 집단 평균  $\bar{r}_j = \int \rho_G r_j(q; G) dG$  로 바뀐다.  $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j$  의 미분은 선형으로 갈라지므로

$$\frac{d\xi_j}{dV_n} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} - \frac{d\bar{r}_j}{dV_n} \quad (1.75)$$

이고, 이를 관측식 (1.47) 의  $d\xi_j/dV_n$  자리에 넣으면(전이 하나를 대표로 적는다 — 합산 복원은 §1.12)

$$\frac{dQ}{dV_n} = \underbrace{C_{\text{bg}} + Q_j \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n}}_{\text{평형 peak (상승부)}} - \underbrace{Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n}}_{\text{지연이 만드는 꼬리}}. \quad (1.76)$$

평형 종과 꼬리를 임의로 이어 붙인 것이 아니라 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것의 미분”이라는 정의된 형태다. 두 영역의 분담은 일반해의 두 극한 (1.60)·(1.61) 그대로다:

$$\bar{r}_j \simeq \begin{cases} L_{q,j} d\xi_{\text{eq},j}/dq & \text{상승부 } (L_{q,j} \ll \text{폭}): \text{평형 항 지배} \\ r_{a,j} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} & \text{꼬리(원천 소멸): 지연 미분(분포 일반형 (1.73))만 잔존} \end{cases} \quad (1.77)$$

빠른 동역학 극한( $\bar{r} \rightarrow 0$ )에서 평형 기준선으로 복귀하므로 식이 무결하다.

두 항을 닫힌 꼴로 채우자. 상승부 항은 식 (1.50) 의 종 그대로이고, 꼬리 항은 — 분포가 좁은  $\delta$ -극한을 먼저 쓰면(일반형은 식 (1.73);  $\delta$ -극한 채택은 아래 실무형 다리에서 선언한다) — 식 (1.61) 을 전압축으로 옮긴  $\bar{r}_j = r_{a,j} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}}$  (식 (1.63) 의 지수)를 미분한 것이다 — 지수의 부호가 미분에서 한 번 더 나와 음의 부호와 상쇄되므로

$$-\frac{d\bar{r}_j}{dV_n} = +\frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \quad (s(V_n - V_{a,j}) \geq 0). \quad (1.78)$$

분포가 좁은 실무 기본형은  $\rho_G \rightarrow \delta$  극한이다 — 지연이 상승부 적분에서 깎는 몫  $-Q_j r_{a,j}$  ( $\bar{r}$  가  $0 \rightarrow r_a$  로 자라는 동안의  $\int d\bar{r}$ )를 종 항의 상수 인자  $(1 - r_{a,j})$  로 뭉치고(형상은 근사 — 면적은 식 (1.80) 가 봉인한다), 꼬리는 식 (1.78) 그대로 두면:

$$\frac{dQ}{dV_n} \simeq C_{\text{bg}} + Q_j \left[ (1 - r_{a,j}) \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \mathbf{1}\{s(V_n - V_{a,j}) \geq 0\} \right]. \quad (1.79)$$

상승부는 logistic 미분의 종, 꼬리는  $V_{a,j}$  에서 점화되는 단방향 지수다(그림 11). 꼬리 진폭의  $r_{a,j}$  는 시작점의 잔류 지연 — 전이가 꼬리로 넘기는 미완 분을 — 이고, 종 항의  $(1 - r_{a,j})$  인자가 그 미완 몫의 회계다 — 그래서 면적이 보존된다. 어느 한쪽 인자를 빼먹으면 면적이  $Q_j(1 \pm r_{a,j})$  로 어긋나며, 접속 regime( $r_a \ll 1$ )에서만 그 차이가 무시될 수 있다. 적분으로 직접 확인해 두자. 종 항은 식 (1.50) 로  $[\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j] dV_n = d\xi_{\text{eq}}$  의 치환적분이라  $\xi_{\text{eq}}$  가  $0 \rightarrow 1$  을 쓸 때 1 을 주고, 꼬리 항은 정규화된

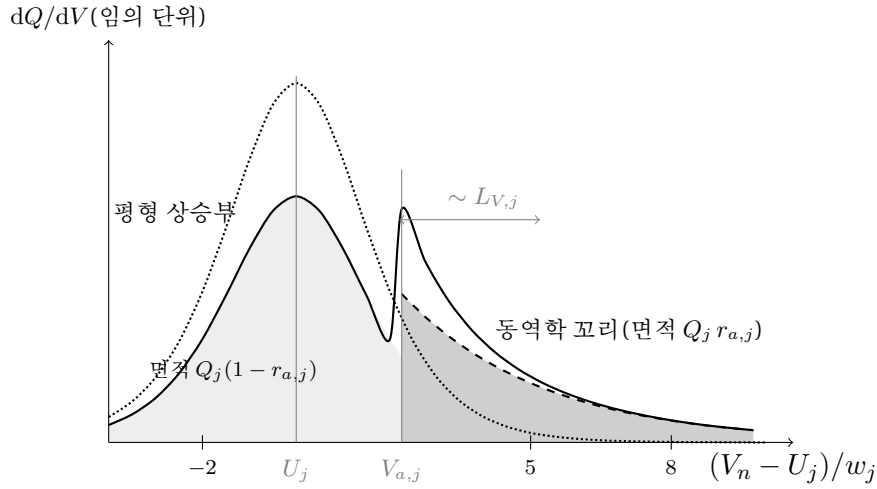


Figure 11: 닫힌식 (1.79) 한 전이의 해부( $r_{a,j} = 0.315$ ,  $L_V = 3w$ ). 점선은 평형 종(기준선), 파선은 동역학 꼬리, 실선이 닫힌식의 합이다. 상승부 실선이 점선보다 낮은 간격이 종 항의  $(1 - r_{a,j})$  인자 — 꼬리로 넘어간 미완 몫의 회계 — 이고, 열은 음영(종 성분)과 진한 음영(꼬리 성분)의 면적이 각각  $Q_j(1 - r_{a,j})$  와  $Q_j r_{a,j}$ , 합이 정확히  $Q_j$  다(식 (1.80)의 시각 짝). 꼬리는  $V_{a,j}$ 에서 진폭  $r_{a,j}/L_{V,j}$ 로 점화되어 단방향으로만 살며, 점화 계단은 지시함수의 모델 성질이라  $r_{a,j}$ 가 클수록 크고 실측에서는 평활이 뭉갸다. 점화점  $U_j + 2.25w$ 는 꼬리 형상이 한눈에 들어오도록 잡은 예시 배치다 — 실데이터의  $V_{a,j}$ 는 컷 정의 (§1.15 (3'))가 그 조건의 측정  $V_n(q)$  위에서 정하며, 보통 종의 더 깊은 어깨에 맺힌다.

지수라 적분이 1이다:

$$\underbrace{Q_j(1 - r_{a,j}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})}{w_j} dV_n}_{= Q_j(1 - r_{a,j})} + \underbrace{\frac{Q_j r_{a,j}}{L_{V,j}} \int_{V_{a,j}}^{\infty} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} dV_n}_{= Q_j r_{a,j}} = Q_j. \quad (1.80)$$

### 1.11.2 세 인자의존 한눈에

각 칸은 어느 식의 어느 항에서 읽히는지로 적는다( $s = +1$  방전 기준).

|    | 온도 $T \downarrow$                               | C-rate $ I  \uparrow$    | 구동 전위 $V_{drive} \uparrow$ |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 위치 | $U_j(T)$ 이동 (1.52)                              | 분극 $+s_I  I  R_n$ (1.45) | 평형 중심 불변(속도만 바꾼다)          |
| 너비 | 평형 좁힘( $w \propto T$ (1.27)) vs 꼬리 넓힘 (1.54) 경쟁 | 꼬리 $L \propto  I $ 넓힘    | 장벽↓ 꼬리 좁힘 (1.67)           |
| 높이 | 너비와 반대 (면적 보존 (1.51))                           | 상승부 깎임 (1.76)            | 깎임 완화 (1.76)               |

두 단서를 단다. 위치/C-rate 칸에는  $\delta$ -실무형이 버리는 둘째 몫도 있다 — 지연이 정점을  $\sim L_V$  만큼 뒤로 미는 kinetic 이동이다(그림 8). 크기의 출처는 기억 커널 (1.57)의 평균 지연이 정확히  $L_{q,j}$ 라는 사실이다:

$$\langle \Delta q \rangle = \int_0^{\infty} \frac{\Delta q}{L_{q,j}} e^{-\Delta q/L_{q,j}} d(\Delta q) = L_{q,j} \Rightarrow \Delta V_{peak}^{kin} \sim L_{V,j}. \quad (1.81)$$

분극과 달리 형상 비대칭을 동반해 잔차로 구별된다. 그리고 너비 칸의 “평형 좁힘”( $w \propto T$ )은 단상

전이 한정이다 —  $\Omega_j > 2RT$  분기 전이의  $w_j$  는 현상학 폭이며 그 지위는 §1.14.1 가 가르친다. 표의 핵심은 온도 열이다. 평형은 저온에서 peak 를 좁히고 높이지만 (§1.7), 꼬리는 저온에서 지수적으로 길어진다 (§1.8). 꼬리 길이가 평형 폭을 넘는 순간 ( $L_{V,j} \gtrsim w_j$  — 저온·유한 전류에서 일반적) 경쟁이 뒤집혀 관측은 “저온에서 넓고 낮고 비대칭”이 된다 — 서론의 관측이 부호까지 설명되었다.

### 1.11.3 식별의 원칙 — 비순환

단현식의 파라미터를 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 같은 전위창에 섞인 항들이 공선형이 되어 분리되지 않는다. 해법은 독립 측정으로 먼저 고정해 다음 단계의 기지값으로 만드는 순차 사슬이다 — 저온 OCV 에서 평형 3량 ( $U, w, Q$ ) 과 배경을, 전류 차단에서  $R_n$  을, 등온 다전위에서  $\chi$  를, 다온도에서  $\Delta H_a$  를, 이 순서로 한 겹씩 벗긴다. 각 단계에 미지수가 한 겹씩만 남는 이 사슬의 실행 절차 전체는 §1.15 의 피팅 알고리즘이 단는다.

**핵심. 합성의 요지.** 방전 한 전이는 “평형 상승부 + 단방향 지수 꼬리”(식 (1.79))로 단혔고, 세 인자의 작용처가 표 한 장에 정리되었다. 남은 일은 둘이다 — 전이가 여럿일 때의 합산 (§1.12) 과, 충방전 양방향·피팅 알고리즘으로의 확장 (§1.13 이하) 이다.

## 1.12 다전이 합산과 겹침

앞 절의 단현식 (1.79) 은 전이 하나의 식이었다. 흑연은 전이가 여럿이고 ( $N_p \approx 3-4$ ), 관측의 한 축은 “저온·고율에서 peak 가 겹친다”였으므로, 보존식 (1.42) 이 처음부터 품고 있던 합산을 방전 본론의 마지막 조각으로 단는다.

### 1.12.1 합산은 보존, 독립은 가정

전하 보존식 (1.42) 이 처음부터  $\sum_j Q_j \xi_j$  꼴이므로, 관측 ICA 는 전이별 기여의 선형 합이다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}, \quad (1.82)$$

각 항은 식 (1.79) 의 구조 그대로다. 두 층위를 구분해 둔다 — 합산 자체는 보존의 직접 미분이라 가정이 아니다 (§1.6 의 서로소 자리 분해가 그 전제다). 반면 각 항이 이웃 전이의 진행에 영향받지 않고 독립으로 진화한다는 것은 별도의 가정이며 (전이 간 상호작용·순차 staging 결합의 무시), 그 위배는 잔차로 진단한다.

### 1.12.2 융합의 두 조건과 forward 원칙

인접 전이  $j, j+1$  이 겹치는 길은 둘이다. 평형 폭으로 가까운 경우 — 중심 간격이 두 종의 반높이 폭이 서로 닿을 만큼 좁은 때 — 와, 동역학 꼬리가 다음 전이까지 닿는 경우  $L_{V,j} \gtrsim |U_{j+1} - U_j|$  다. 둘째가 저온·고율 겹침의 주범이다.  $L_{V,j} \propto |I| e^{\Delta H_a/RT}$  이므로 저온일수록 더 낮은 전류에서 융합이 시작된다 (그림 12). 정량판도 한 줄이다 —  $L_{V,j} = |dV_n/dq|_{q_a} L_{q,j}$  에 식 (1.68) 의  $L_{q,j}$  를 넣고, 융합 문턱  $L_{V,j} = |U_{j+1} - U_j|$  와 같다고 두어  $|I|$  에 대해 풀면 융합 시작 전류가 닫힌 꼴로 나온다:

$$|I|_{\text{fuse},j}(T) = \frac{Q_{\text{cell}} k_B T}{h} \cdot \frac{|U_{j+1} - U_j|}{|dV_n/dq|_{q_a}} \exp \left[ - \frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT} \right]. \quad (1.83)$$

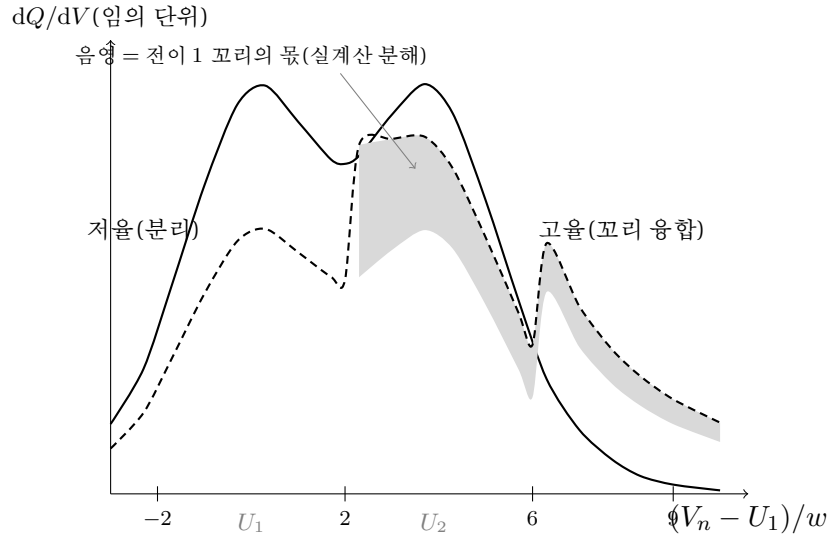


Figure 12: 두 인접 전이의 융합(중심 간격  $3.9w$ ). 실선은 저울( $r_a \rightarrow 0$ ) — 골이 깊어 분리가 일어난다. 파선은 고울( $r_a = 0.35$ ,  $L_V = 4w$ ) — 식 (1.82) 그대로, 중 향이  $(1 - r_a) = 0.65$ 로 깎이고 각 전이의 꼬리가 다음 전이 쪽으로 뻗어 골의 우측을 매우고 뒤 어깨를 들어 올리므로 분리 판독이 지워진다. 음영 띠가 그 주변 — 고울 곡선에서 전이 1 꼬리가 보태는 뭉(실계산 분해: 진폭  $r_a/L_V = 0.0875$ 의 지수) — 이며, 골 위와 전이 2의 어깨 위에 걸쳐 있는 것이 보인다. 저온도 같은 방향으로 작용한다.

앞 인자들은 온도에 완만하지만 지수 인자는 가파르다 — 장벽이  $40 \text{ kJ/mol}$  규모면  $25 \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서  $|I|_{\text{fuse}}$ 가 한 자릿수 이상 내려간다 (§1.2 (a)의 같은 수치).  $\mathcal{A}_j$ 의 평가점은 꼬리 컷점 — §1.15 M3의 규약 그대로다. 두 온도의 비를 취하면 prefactor·엔트로피 뭉이 약분되어 코너가 한 줄로 떨어진다:

$$\frac{|I|_{\text{fuse}}(T_2)}{|I|_{\text{fuse}}(T_1)} \simeq \frac{T_2}{T_1} \exp \left[ -\frac{\Delta H_a^{\text{eff}} - \chi \mathcal{A}}{R} \left( \frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \right] \approx 0.07 \quad (25 \rightarrow -15^\circ\text{C}, 40 \text{ kJ/mol})$$

—  $25^\circ\text{C}$ 에서  $0.5\text{C}$ 까지 분리되던 전이쌍이  $-15^\circ\text{C}$ 에선  $\sim 0.035\text{C}$ 부터 융합한다. 측정 설계에서 이 식은 “어느 율까지 분리 peak를 기대할 수 있나”의 사전 어림으로 쓰인다.

일단 융합하면 전이별 면적을 고울 데이터만으로 역산하는 것은 비유일이라 금지된다 — §1.10의 분포 역산 금지와 같은 부류의 역문제다. 허용되는 방향은 하나뿐이다. 저울 OCV로 분리 peak에서 전이별 파라미터를 고정하고(anchor), 고울 곡선은 식 (1.82)의 합산으로 forward 예측해 데이터와 대조한다. 예측이 맞으면 모델이 서고, 빗나가면 그 잔차가 진단이다. 같은 원칙의 정량판 — 파라미터를 닫는 회귀(S1–S5)는 융합 전(pre-fusion) 데이터에서만 들고, 융합 영역은 forward 예측의 대조 무대로만 쓴다.

**핵심. 겹침의 요지.** 합산은 무조건(보존), 독립은 가정, 식별은 “저울로 고정  $\rightarrow$  고울로 예측”한 방향뿐이다. 이로써 방전 본론이 완결되었다 — 속도식에서 출발해 평형·상분리·관측측·세 가지·합성·합산까지. 이후 두 절([확장] — 충방전 분기와 관측 gap)이 본론을 양방향으로 넓히고, 통합식·반증·구현 (§1.15–§1.17)이 도착점을 닫는다.

### 1.13 [확장] 충방전 분기와 히스테리시스 gap

여기서부터 확장이다. 방전 본론은 식 (1.82)로 닫혔고, 충방전 히스테리시스에 새 물리는 거의 필요하지 않다 — §1.5의 spinodal (1.40)이 가르 준안정 띠와 핵생성 장벽이 이미 그 뿌리이기 때문이다. 이 절은 충전과 방전이 서로 다른 준안정 가치를 따라 과주행하는 것이 어떻게 전위 갈림(gap)이 되는지를 닫힌 식으로 유도한다.

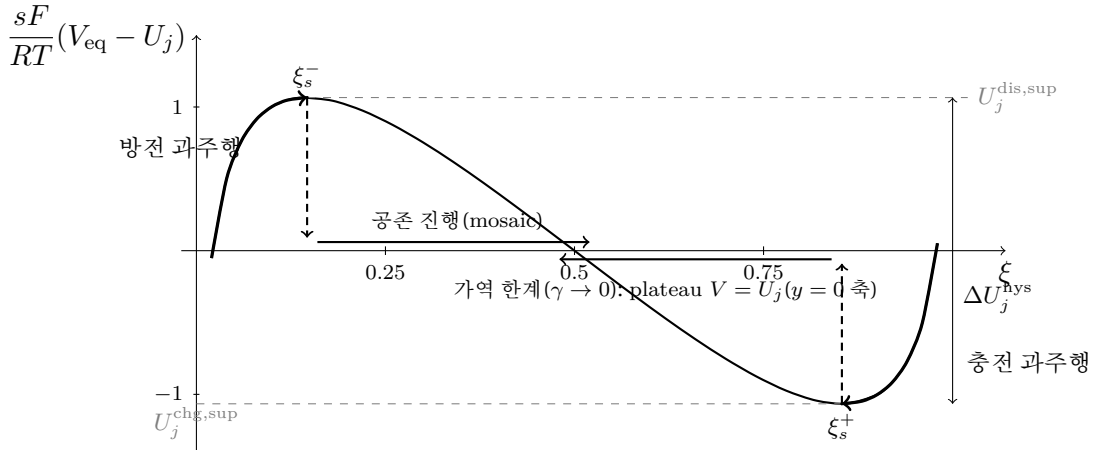


Figure 13: 비단조 평형 전위 (1.84) ( $\Omega_j = 4RT$ )와 과주행 경로 — 극값이 spinodal 에서는 근거는 식 (1.85). 방전(굵은 경로, 좌상)은 상승 준안정 가지를 타고 극대  $\xi_s^-$  까지 과주행한 뒤 분리가 점화된다 — 점선 화살표의 낙하는 점화된 입자 내부의 공존 완화이고, 집단의 운전 전위는 mosaic 전선이 분기 수준 ( $U_j^{\text{dis}}$  근방)에 붙들어 두므로 관측 plateau 가  $y = 0$  까지 내려오는 것은  $\gamma \rightarrow 0$ 의 가역 한계에서다. 충전(우하)은 거울상으로 극소  $\xi_s^+$  까지 과주행한다. 두 극값의 차가 spinodal 상한 gap  $\Delta U_j^{\text{hys}}$  이고(위첨자 sup 는 spinodal 상한 표시), 실측 분기는 축소 인자  $\gamma_j$  만큼 그 안쪽에 선다 —  $\gamma \rightarrow 0$ 의 가역 한계에서 두 경로가 모두  $y = 0$ 의 plateau 로 합쳐진다.

### 1.13.1 평형 전위 곡선과 과주행

등온선 (1.29)의 양변을  $sF$ 로 나누고 중심  $U_j$ 를 우변으로 이항하면, 진행률의 함수로서의 평형 전위가 닫힌다:

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi). \quad (1.84)$$

$\Omega_j > 2RT$ 면 이 곡선이 비단조 —  $\xi_{s,j}^-$ 에서 극대, 불안정 구간에서 하강,  $\xi_{s,j}^+$ 에서 극소 — 가 된다 (그림 13). 극값이 정확히 spinodal 에서는 것은 우연이 아니다. 식 (1.84)를  $\xi$ 로 미분하면 — 로그 항의 미분이  $1/[\xi(1-\xi)]$ ,  $(1-2\xi)$ 의 미분이  $-2$ , 식 (1.39)와 똑같은 계산이라 —

$$sF \frac{dV_{\text{eq},j}}{d\xi} = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j = g_j''(\xi) \quad (1.85)$$

— 전위 곡선의 기울기가 자유에너지 곡률 그 자체다. 그래서 전위 곡선의 극값( $dV_{\text{eq}}/d\xi = 0$ )과 spinodal( $g_j'' = 0$ )이 같은 점이다. §1.5의 자유에너지 그림과 짝을 이루는 전위 쪽 얼굴이다. 이제 방향이 운명을 가르다. 방전(탈리튬화)은  $\xi \approx 0$ 의 안정 단상에서 출발해 상승 준안정 가지를 타고 오른다 — 핵생성 장벽이 살아 있는 동안 갈라지지 못하다가, 장벽이 사라지는 첫 지점, 곧 극대  $\xi_{s,j}^-$ 까지 과주행한 뒤에야 분리한다. 충전은 반대쪽  $\xi \approx 1$ 에서 내려와 극소  $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행한다. 같은 핵생성 물리라도 진행 방향이 도달하는 어깨를 가르므로, 두 방향의 분기 중심이 갈라진다.

### 1.13.2 gap의 닫힌 꼴

두 극값의 전위 차가 분기의 상한이다. spinodal (1.40)의  $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.84)의 두 비상수항에 대입하면

$$\left. \frac{\xi}{1-\xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{\frac{1}{2}(1 \pm u_j)}{\frac{1}{2}(1 \mp u_j)} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1-2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.86)$$



— 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수라 로그값은 크기가 같고 부호만 다르다. 극대(방전이 닿는  $\xi_{s,j}^-$ )에서 극소(충전이 닿는  $\xi_{s,j}^+$ )를 빼면 상수항  $U_j$  가 상쇄되고,

$$\begin{aligned}\Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[ \ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j\end{aligned}\quad (1.87)$$

( $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$  의 정의 그대로  $\ln \frac{1-u}{1+u} = -2 \operatorname{artanh} u$ ). 묶으면

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} \left[ \Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.88)$$

히스테리시스 gap 이 임의 상수가 아니라 정규용액  $\Omega_j$  와 온도의 닫힌 함수로 유도되었다.  $\Omega_j = 4RT$  면  $u = 0.707$ ,  $\operatorname{artanh} u = 0.881$  로  $\Delta U^{\text{hys}} \approx 2.13 RT/F \approx 55 \text{ mV}(25^\circ\text{C})$  다. 임계로 가면 ( $\Omega_j \rightarrow 2RT$ ,  $u_j \rightarrow 0$ ) 소멸의 먹이 나온다. Taylor 전개  $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + O(u^5)$  를 식 (1.88) 에 넣으면

$$\begin{aligned}\Delta U_j^{\text{hys}} &= \frac{2}{sF} \left[ (\Omega_j - 2RT) u_j - \frac{2RT}{3} u_j^3 \right] + O(u_j^5) \\ &= \frac{2u_j^3}{sF} \left[ \Omega_j - \frac{2RT}{3} \right] + O(u_j^5) \xrightarrow{\Omega_j \rightarrow 2RT} \frac{8RT}{3sF} u_j^3\end{aligned}\quad (1.89)$$

이다 — 둘째 줄은  $u_j$  의 정의를 뒤집은  $\Omega_j - 2RT = \Omega_j u_j^2$  를 1차 항에 넣어 전체를  $u_j^3$  으로 묶은 것이다.  $T_{c,j} = \Omega_j/2R$  로  $u_j^2 = 1 - 2RT/\Omega_j = (T_{c,j} - T)/T_{c,j}$  이므로  $u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$  — gap 이 임계온도에서 매끄럽게 소멸한다. 이 온도 의존이 뒤에서  $\Omega_j$  식별의 1차 경로가 된다 (§1.14).

### 1.13.3 실측 분기 — 축소 인자 $\gamma_j$

spinodal 상한은 “장벽이 완전히 사라질 때까지 버티는” 단일 입자의 극한이다. 실제 전극에서는 그 전에 분리가 점화된다 — 핵생성도 근본식 (1.2) 의 사건(장벽 자리에 핵생성 장벽이 얹은 꼴)이라, 준안정 가치를 미는 동안 줄어드는 그 장벽의 핵생성 속도가 구동 속도를 따라잡는 지점에서 갈라지기 때문이다. 거기에 입자마다 분기 전위가 조금씩 달라, 입자들이 한 번에 하나씩 전환하며 찬 입자와 빈 입자의 mosaic 를 이루고(Dreyer 다입자 그림 [4]) 그 집단 거동이 갈림을 안쪽으로 더 좁힌다. 두 기전의 묶은 다르다 — 속도 경쟁은 구동이 느릴수록 갈림을 좁히지만, 다입자 mosaic 의 갈림은 율을 0 으로 줄여도 남는다.  $|I| \rightarrow 0$  잔존 절편 (§1.14)의 담보는 후자다.

분기 중심을  $U_j \pm$  꼴의 한 자유도로 적으려면 두 극값이  $U_j$  에 대칭이라는 사실이 전제다 — 먼저 확인해 두자. 대입값 (1.86) 으로 두 끝점의 평균을 적으면, 로그 묶은 서로 역수의 로그라 합이 0 이고  $(1 - 2\xi)$  묶은  $\pm u_j$  라 합이 0 이다:

$$\frac{1}{2} [V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j + \frac{RT}{2sF} \underbrace{\left[ \ln \frac{1-u_j}{1+u_j} + \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right]}_{=0} + \frac{\Omega_j}{2sF} \underbrace{[u_j + (-u_j)]}_{=0} = U_j. \quad (1.90)$$

이 대칭 (1.90) 위에서 실측 분기 중심을 현상학적 한 자유도로 적는다:

$$U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad 0 \leq \gamma_j \leq 1. \quad (1.91)$$

$\gamma_j = 1$  은 spinodal 상한,  $\gamma_j \rightarrow 0$  은 두 중심이 가역 중심  $U_j$ (binodal 의 plateau 전위)로 합쳐지는 히

스테리시스 소멸이다. 정량에는 전이당  $\{\Omega_j, \gamma_j\}$  두 양이면 충분하다. 한 온도의 gap 절편은  $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 의 곱이라 둘을 분리하지 못한다 — 분리는 절편의 온도 의존이 맞는다 (§1.14;  $\Delta U^{\text{hys}}(T)$ 의 형이  $\Omega_j$ 를, 크기가  $\gamma_j$ 를 정한다).

**검산. 검산.** 차원 —  $\Omega, RT$  [J/mol],  $sF$  [C/mol]  $\Rightarrow V$ . 환원 —  $\Omega_j < 2RT$  면  $u_j$  허수(등호에서  $u_j = 0$ ), *spinodal* 부재,  $\Delta U^{\text{hys}} \equiv 0$ : 분기 없는 단상으로 복귀. 부호 — 극대(방전 어깨) > 극소(충전 어깨)라  $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$ : “방전 전위가 충전보다 높다”는 관측과 일치.

**핵심. 분기의 요지.** 충방전 *gap*은 준안정 과주행의 산물이며, *spinodal* 상한  $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$ (식 (1.88))에 축소 인자  $\gamma_j$ 를 곱한 만큼 분기 중심이 갈라진다(식 (1.91)). 방전 본론의 파라미터에 전이당  $\{\Omega_j, \gamma_j\}$  둘만 더하면 양방향의 열역학 갈림이 닫힌다. 다음 절은 실측 *gap*에 섞여 있는 동역학 몫 — 분극 — 을 분리한다.

## 1.14 [확장] 관측 gap — peak 쌍과 분극의 분리

앞 절의 분기 중심 (1.91)은 전류를 끊어도 남는 열역학 갈림이다. 실측 충방전 gap에는 거기에 전류가 만드는 동역학 분극  $s_I |I| R_n$ (식 (1.45))이 더해져 있다. 이 절은 둘을 관측에서 분리하는 절차를 세운다.

### 1.14.1 관측되는 peak 쌍

충·방전 각 방향에서 전이  $j$ 의 상승부는 자기 분기 중심  $U_j^{\text{dis/chg}}$ 에 선다. 형상의 지위에 주의가 필요하다. 분기가 존재하는 영역( $\Omega_j > 2RT$ )의 평형 기여는 plateau — 이상적으로는 무한히 날카로운 선 — 인데, 실측 peak가 유한 폭의 종으로 보이는 까닭은 두 가지 broadening이다. 입자마다 분기 전위가 조금씩 달라 선이 입자 분포의 폭만큼 번지고 (§1.13의 다입자 그림), 동역학 지연이 비대칭 꼬리를 더한다 (§1.8). 따라서 분기 영역의 폭  $w_j$ 는 평형 예측이 아니라 broadening이 정하는 현상학적 피팅 폭이다 — 단상 영역에서  $w_j$ 가 식 (1.32)의 검증 가능한 평형 예측인 것과 지위가 다르다. 이 단서 위에서 한 전이는 ICA에 면적이 같고 중심만  $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  어긋난 쌍으로 나타난다. 면적은 물질량 보존이 정확히 담보하고(종과 꼬리의 배분  $(1 - r_a^d) : r_a^d$ 가 방향별이어도 합은  $Q_j$ ), 폭은 절반만 공유된다 — 입자 분포 broadening은 방향 공통이지만 동역학 꼬리는 방향별일 수 있다 (§1.15의  $\{r^{\text{chg}}, L^{\text{chg}}\}$  독립 파라미터). 그래서 중심만이 분기의 깨끗한 지문이다 — 실데이터에서 충방전 peak 폭이 다르게 보이는 것은 모델의 모순이 아니라 방향별 꼬리의 예측이다.

### 1.14.2 절편과 기울기 — 두 기원의 분해

측정 전위로 옮기면 분극이 방향에 따라 반대로 더해진다 — 상승부 peak는 자기 분기 중심에 서고(식 (1.51)의  $V_{\text{peak}} = U_j$ 를 방향별 중심  $U_j^{\text{dis/chg}}$ 로 읽은 것), 측정식 (1.45)의 분극 항이 전류 방향을 따르므로(방전 +, 충전 -; §1.15의 방향 부호로는  $\sigma_d |I| R_n$ ) 두 방향의 peak 위치는

$$V_{\text{peak},j}^{\text{dis}} = U_j^{\text{dis}} + |I| R_n, \quad V_{\text{peak},j}^{\text{chg}} = U_j^{\text{chg}} - |I| R_n \quad (1.92)$$

이다. 위에서 아래를 빼면 분극은  $2|I| R_n$ 으로 더해지고, 중심의 차는 분기 중심 (1.91)의  $\pm \frac{1}{2}$  대칭에서  $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}} = \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 다. 따라서 관측 gap은

$$\Delta V_{\text{obs},j}(|I|) = \underbrace{\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}}_{\text{열역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 잔존})} + \underbrace{2|I| R_n}_{\text{동역학}(|I| \rightarrow 0 \text{ 소멸})}. \quad (1.93)$$

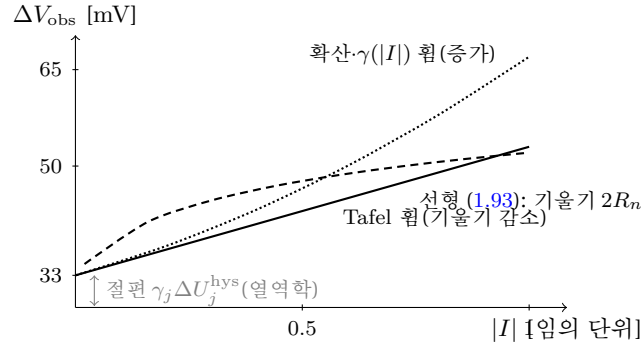


Figure 14: 관측 gap 의 분해 (1.93) (실제산: 절편 33 mV, 기울기 20 mV/단위). 실선이 가산 분해의 예측 —  $|I| \rightarrow 0$  절편이 열역학 같림, 기울기가 분극이다. 파선은 charge-transfer 의 Tafel 휨(기울기 점감), 점선은 확산 한계· $\gamma_j(|I|)$ 의 휨(점증) — 두 휨이 가산 분해 전제의 위반 지문이며 진단표 (§1.15)가 받는다.

두 코너가 식에서 바로 떨어진다 —  $\Omega_j \leq 2RT$  (또는  $\gamma_j = 0$ ) 이면 절편이 0:  $\Delta V_{\text{obs}} = 2|I|R_n$  의 원점 통과 순수 분극 직선 (§1.16(i)의 기각 기준).  $|I| \rightarrow 0$  이면  $\Delta V_{\text{obs}} \rightarrow \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  — 서론 관측의 “전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분”이 식의 절편으로 회수된다. 그래서 여러 올에서 gap 을 재어  $|I| \rightarrow 0$  으로 외삽하면 절편이 열역학, 기울기가 동역학이다(그림 14).

이 한 줄 분해가 본 확장의 실용 핵심이다 — 0 이 아닌 절편은 상분리( $\Omega_j > 2RT$ )의 증거 후보이고 (표면 재구성·기계적 응력 기원 히스도 잔존 절편을 만든다 — 확증은 §1.16(ii)의 온도 소멸 검정까지 가야 한다), 절편의 온도 의존이  $\Omega_j$  를, 크기가  $\gamma_j$  를 정한다.

가산 분해와 그 뒤의  $(\gamma_j, \Omega_j)$  분리에는 전제가 셋 있다.  $\gamma_j$  가 전류에 무관해야 하고 — 핵생성·전환 대기 시간  $\tau_{\text{nuc}}$  가 분기 구간 통과 시간보다 짧아

$$\tau_{\text{nuc}} \ll \tau_{\text{drive}} \sim \frac{(\xi_b^+ - \xi_b^-) Q_j}{|I|}$$

이 성립하는 저~중을 조건(과주행이 올-무관 수준에 고정된다) —, 측정창 안에서 온도에도 무관해야 하며(절편의 온도 의존을 전부  $\Delta U^{\text{hys}}(T)$  에 귀속시키는 S5 회귀의 전제 — 위반은 S5의 계통 잔차로 드러난다), 분극이 선형( $|I|R_n$ )이어야 한다. 첫째·셋째 전제는 gap- $|I|$  곡선의 휨으로 검출된다 — 기울기가 점점 줄면 charge-transfer 의 Tafel 거동( $\eta_{\text{ct}} \propto \ln |I|$ )의 신호고 — 계면 속도가 과전위에 지수적이라 그 역함수가 로그형으로 늘며 기울기만 준다 — 기울기가 점점 커지면 확산 한계나  $\gamma_j(|I|)$ 의 신호다. 공통  $R_n$ 의 채택도 반증 가능하다 — 모든 전이·SOC에서 기울기가 같아야 하므로, 유의하게 갈리면 전이별  $R_{n,j}$ 로 세분한다. 한 가지 더 — 기울기에는 분극( $2R_n$ ) 외에 방향별 kinetic 이동( $\propto L_V$  — 식 (1.81))도 선형으로 합산될 수 있으므로, S2의  $R_n$ 과의 대조는 등호 확인이 아니라 상한 점검으로 읽는다.

### 1.14.3 절편의 온도 의존 — $\Omega$ 식별의 크기 감각

절편( $T$ ) =  $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T)$  가 실제로 어떤 크기로 변하는지  $\gamma_j = 0.6$  으로 보면(mV):

| $\Omega_j$ | $T_{c,j}$ | 15°C  | 23°C  | 45°C  |
|------------|-----------|-------|-------|-------|
| $3RT_0$    | 447 K     | 14.2  | 13.1  | 10.2  |
| $4RT_0$    | 596 K     | 34.7  | 33.2  | 29.3  |
| $8RT_0$    | 1193 K    | 135.1 | 132.9 | 127.0 |

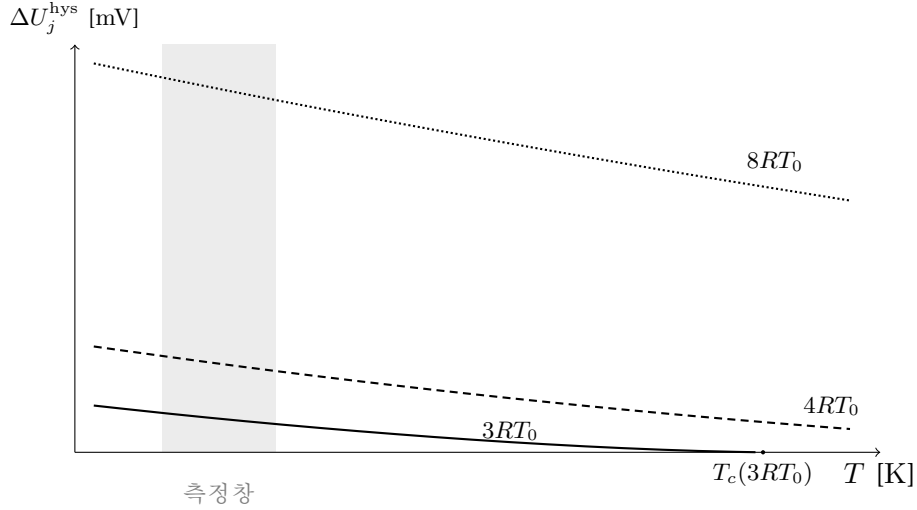


Figure 15: spinodal gap  $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$ (식 (1.88)),  $\Omega_j = 3/4/8RT_0$ . 음영이 측정창(15–45°C)이다.  $T_{c,j}$ 가 창에 가까울수록 창 안의 감소가 가팔라  $\Omega_j$  식별이 잘 되고, 깊은 2상측은 거의 평탄해 퇴화 처리가 필요하다.  $T \rightarrow T_{c,j}$ 에서  $(T_c - T)^{3/2}$  먹으로 소멸한다.

( $T_0 = 298.15$  K 기준 배수.) 측정창 안(15 → 45°C) 상대 감소가 각각 −28%/ −16%/ −6% — 임계가 가까울수록 가파르다(그림 15). 깊은 2상측( $8RT_0$ )에서는 −6%가 측정 불확도에 묻히기 쉬워 ( $\gamma_j, \Omega_j$ ) 분리가 퇴화한다 — 그 경우 lumped gap 한 개로 강등하는 처리를 피팅 알고리즘이 규정한다 (§1.15).

#### 1.14.4 부분 cycle — 한 문단의 보간

완전 충방전이 아니라 중간에서 방향을 바꾸면 전이가 분기를 끝까지 돌지 못해 gap 이 작게 열린다. 전환점의 진행률을 분기 구간  $[\xi_b^-, \xi_b^+]$ 로 정규화한 위치를  $\eta \in [0, 1]$ (전환점 좌표 — Tafel 의  $\eta_{\text{ct}}$ 와 무관)라 할 때 유효 gap 을  $h_j(\eta) \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  ( $h_j$  단조,  $h_j(0) = 0, h_j(1) = 1$ )로 보간한다. 전환점의  $\xi$ 는 전이별 전하 회계(보존식 (1.42)의 몫)로 읽으며, 데이터가 없으면  $h_j(\eta) = \eta$ 를 기본형으로 쓴다. 완전 cycle 만 다루면  $h_j = 1$ 이라 앞의 식들이 그대로다 — 다중 전환점의 경로 의존(중첩 loop)은 전환점 분포를 쓰는 Preisach 류 모형의 소관으로 본 문건 범위 밖이다 [5].

**핵심. 관측 gap 의 요지.** 실측 gap = 열역학 절편 + 동역학 기울기(식 (1.93)). 절편의 존재가 상분리의 증거 후보(확증은 온도 소멸 검증 — §1.16), 절편의 온도 의존이  $\Omega_j$ 의 열쇠, 기울기가  $R_n$ 의 상한 점검이다. 이제 모든 조각이 준비되었다 — 다음 절이 방전 한 줄 식과 양방향 통합식, 그리고 측정 파일에서 파라미터까지 가는 알고리즘을 닫는다.

### 1.15 통합식과 피팅 알고리즘

모든 조각을 모은다. 먼저 합산 (1.82)의 각 항을 식 (1.79)로 채운 방전 한 줄 식을 닫고, 분기 중심 (1.91)과 분극 부호(식 (1.45))만 방향별로 바꿔 충방전 통합형으로 넓힌 뒤, 측정 파일에서 파라미터까지 가는 알고리즘을 사양 수준으로 적는다 — 이 절만 보고 피팅 코드를 짤 수 있어야 한다는 것이 목표다.

### 1.15.1 방전 한 줄 식과 양방향 통합형

측정 전위를  $V_n = V_{\text{app}} - s_I |I| R_n$  으로 환산한 뒤, 전이  $j = 1, \dots, N_p$  에 대해

$$\frac{dQ}{dV_{\text{app}}} = C_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[ (1 - r_{a,j}) \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}} \mathbf{1}\{s(V_n - V_{a,j}) \geq 0\} \right] \quad (1.94)$$

indicator  $\mathbf{1}\{\cdot\}$  가 꼬리의 단방향 지지를 코드 그대로 강제한다. 저울 극한이 식별 사슬의 anchor 와 정확히 만난다 —  $|I| \rightarrow 0$  에서  $L_{q,j} \propto |I| \rightarrow 0$  (식 (1.54)) 이라  $r_{a,j} \rightarrow 0$  (꼬리는 면적  $Q_j r_{a,j} \rightarrow 0$  으로 소멸),  $(1 - r_{a,j}) \rightarrow 1$ ,  $V_{\text{app}} \rightarrow V_n$  이고

$$\frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \xrightarrow{|I| \rightarrow 0} C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}$$

— S1 이 저울 OCV 에 피팅하는 평형 모델(s1\_residual)이 통합식의 한 극한임이 식으로 확인된다.

각 항의 출처를 한 줄로 모으면 —  $\xi_{\text{eq},j}$  는 식 (1.27),  $L_{q,j}$  는 식 (1.54) 에 식 (1.64) 를 넣은

$$L_{q,j} = \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B T} e^{(\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}, \quad \mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$$

— 이고 전부 근본식 (1.2) 의 가지들이다. 꼬리 구동력에서 상호작용 몫(일반형의  $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$  — §1.5)은 떴었다. 깊은 꼬리( $\xi_j \rightarrow 1$ )에서 그 몫은 상수  $+\Omega_j$  가 되어 활성화 엔탈피에 흡수되고,  $\Omega_j \neq 0$  인 모든 전이에서 S4(아래 (6)의 식별 단계)가 내는 것은 그만큼 재정의된 유효값이다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.95)$$

( $\chi_d$ 는 방전  $\chi$ , 충전  $1 - \chi$  — 충전의 깊은 꼬리는  $\xi \rightarrow 0$  거울이라  $r^-$  장벽  $\Delta G_a + (1 - \chi)\mathcal{A}_{\text{gen}}$ 의 상수 몫이 같은  $+\Omega$ 로 흡수되며, 방향별로 피팅했으면 복원도 방향별이다.) 복원 경로는 둘이다. 히스 전이는 S5 가  $\Omega_j$ 를 담은 뒤 식 (1.95)를 거꾸로 풀고, 분기 없는 ( $0 < \Omega_j \leq 2RT$ ) 전이는 단상 폭  $w^{\text{eff}}(T)$ 의 절편  $-\Omega_j/2F$ (식 (1.32))에서  $\Omega_j$ 를 읽는다.  $r_{a,j}$ 가 커서 컷 직후  $\xi_j$ 가 아직 1에서 멀면 이 흡수는 1차 근사다 — 잔차는 Arrhenius 비선형으로 드러나 진단표가 받는다.

충방전 양방향은 두 가지만 바꾼다. 전이 중심을 분기 중심으로( $U_j \rightarrow U_j^d$ , 식 (1.91)), 분극 부호를 방향 부호로( $s_I \rightarrow \sigma_d$ ):

$$\left. \frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \right|^d = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[ (1 - r_{a,j}^d) \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} + \frac{r_{a,j}^d}{L_{V,j}^d} e^{-\sigma_d(V_n - V_{a,j}^d)/L_{V,j}^d} \right]_{U_j \rightarrow U_j^d}, \quad (1.96)$$

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$$

꼬리 항에는 식 (1.94)와 같은 indicator  $\mathbf{1}\{\sigma_d(V_n - V_{a,j}^d) \geq 0\}$ 가 곱해진다(지면상 박스 밖에 적는다) — 지수의  $\sigma_d$ 와 함께 충전 꼬리의 거울상 감쇠를 처리한다. 평형 곡선 안의  $s$ 는 방전 규약 +1로 고정된 채 남는다 — 방향에 따라 바뀌는 것은  $\sigma_d$ 의 세 작용처(분극 부호·분기 중심·꼬리 방향)뿐이다. 충전 꼬리 파라미터 일체( $V_a$ ,  $|dV/dq|_{q_a}$ ,  $r_a$ ,  $b$  — 곧  $\{r^{\text{chg}}, L^{\text{chg}}\}$ 를 구성하는 전부)는 방전과 대칭이라는 보장이 없어 방향별 독립 파라미터이고,  $\Omega \neq 0$  전이는  $\chi_d$ 를 통해  $\Delta H^{\text{eff}}$ 도 방향별이다. 충전 데이터에서 같은 회귀로 따로 닫으며, 그때 역방향 속도가 율속이 되므로 회귀 계수가  $\chi$ 에서  $1 - \chi$ 로 바뀐다(같은 전이상태의 합-1 강제 — 식 (1.21)). 가로축을  $|\mathcal{A}_j|/(sF) = |V_n - U_j^{\text{chg}}|$ 로 두면



같은 직선 회귀이고, 충전 기울기가  $-(1 - \chi)F/RT$  와 합치하는지가 그 가정의 독립 검정이다.

환원 검산 둘 —  $\Omega_j \leq 2RT$  면  $\Delta U^{\text{hys}} = 0$  이라 분기 중심이 단일 중심  $U_j$  로 합쳐져 열역학 갈림이 식에서 사라진다. 남은 방향 의존은  $\sigma_d$  가 맡는 분극 부호와 꼬리의 거울상뿐이므로  $|I| \rightarrow 0$  에서 두 방향 곡선이 완전히 겹친다 — 히스는 상분리의 산물임이 식에서 드러난다. 그리고 상분리가 있어도 ( $\Omega_j > 2RT$ )  $|I| \rightarrow 0$  이면 분극이 사라지고 gap 절편  $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  만 남아 식 (1.93) 과 정합한다.

### 1.15.2 피팅 알고리즘 — 측정 파일에서 파라미터까지

아래의 단계 (1)–(7)과 한눈 참조표 (8) 이 사양이다.

(1) 입력. 정전류 구간별 시계열 ( $t_i, V_{\text{app},i}, I_i, T_i$ ) 와 방향 라벨. 데이터셋 — 준평형 (0.05C 또는 GITT)·0.1C·0.2C  $\times$  15/23/45°C  $\times$  충방전, 그리고 전류 차단 transient, 그리고 피팅에 쓰지 않을 hold-out 조건 1개 이상(예: 0.5C·5°C — (7) 의 대조 무대). GITT(galvanostatic intermittent titration technique)는 정전류 펄스 뒤 전류를 끊고 완화를 기록하는 펄스-휴지 측정으로 [16], 차단 도약이  $R_n$  을, 완화 형상이 율속 기전(S0)을 준다. 반쪽전지 척도가 전제다.

(2) 전처리.  $Q_i = \sum |I| \Delta t$  를 누적해  $q_i = Q_i / Q_{\text{cell}}$  로 만든다. 미분은 생 차분 대신 균일  $V$  격자 재표집 후 Savitzky–Golay(국소 2차 다항) 평활 미분으로 하고, 평활 창은 가장 좁은 *peak* 반높이 폭의 1/5 이하로 잡는다(과평활은  $w_j$  에 양의 편향을 넣는다).  $V_{\text{app}} \rightarrow V_n$  환산은  $R_n$  확정 후 1회 재적용으로 충분하다(분극 환산은 위치 평행이동이라 형상을 바꾸지 않는다). ICA 는 방향 정렬 크기로 다룬다 — 충전 가지의 signed 미분은 음이므로,  $\sigma_d dQ/dV_{\text{app}} \geq 0$  이 되도록 부호를 맞춘 곡선을 식 (1.96) 와 비교한다.

(3) 검출과 초기값. 기준 온도(23°C)의 준평형 방전에서 prominence(주변 골 대비 돌출 — 문턱은 평활 잔차 잡음 표준편차의  $\sim 5$ 배) 상위 봉우리로  $N_p$  를 확정하고(서론 stagebox 의 기대  $N_p \approx 3-4$  와 합치 확인) 전 데이터셋에 동결한다 — 다른 조건에서는 새로 검출하지 않고 예상 위치 근방에서 대응시키며, 미검출이면 융합 플래그를 단다(식 (1.83) 의 사전 어렵이 그 예고판이다). 충·방전 *peak* 는 전위 순서로 1:1 짝짓고, 중심차가 문턱 “전위 분해능 +  $2|I|R_n(\text{read\_Rn 직독값}) + 3 \times$  위치 추정 표준오차 (평활 잔차 잡음에서 추정)”를 넘는 전이만 히스 전이로 분류한다 — 문턱을 넘지 못하면  $\Delta U^{\text{hys}} = 0$  으로 두고 단일 중심으로 처리한다. 초기값 —  $U_j^{(0)}$  는 *peak* 위치(히스 전이는 충방전 중심의 중점 — 방전 위치 그대로 쓰면  $\frac{1}{2}\gamma \Delta U^{\text{hys}}$  의 계통 오프셋이 들어간다),  $w_j^{(0)}$  는 면적/높이 비에서,  $Q_j^{(0)}$  는 배경 차감 면적,  $C_{\text{bg}}$  는 *peak* 간 골의 anchor 점을 지나는 저차 spline 으로 두고 S1 에서 동결한다.

(3') 꼬리 컷과 창.  $q_{a,j}$  는 저율로 고정된  $\xi_{\text{eq},j}(V_n)$  과 해당 율의 측정  $V_n(q)$  로 평가한 원천  $d\xi_{\text{eq},j}/dq$  가 자기 정점값의 5% 로 떨어지는 정점 이후 첫 교차점으로 정의한다. 컷 분율 5% 는 전 데이터셋 공통 고정이고, 교차점 탐색은 정점 이후에서만 한다 — 분기 전이도 피팅 모델의 평형 항은 현상학 폭의 logistic(중심  $U_j^d$ , §1.14.1)이므로 같은 정의가 그대로 작동한다. tail window 의 상한은 같은 컷의 저율이다 — 다음 전이의 원천  $d\xi_{\text{eq},j+1}/dq$  가 자기 정점값의 5% 를 처음 넘어서는 좌표(마지막 전이는 데이터 끝).  $[q_{a,j}, \text{상한})$  을 sub-window 로 나눠 각 창의 로그기울기에서 국소  $L_V$  를 얻고, 창 중심의 국소  $|dV_n/dq|$  로 나눠  $L_q$  로 환산한 뒤 그 중심  $V_n$  과 짝지어 ( $V_{\text{drive}}, \ln L_q$ ) 점을 만든다. 융합이 깊어 다음 전이 원천이  $q_{a,j}$  에서 이미 자기 정점의 5% 위에 있으면(상향 교차가 없어 상한을 정의할 수 없다) 창이 비는데, 그 전이  $j$  는 (3) 의 융합 플래그 대상이라  $L$  회귀에서 제외한다. 창 회귀가  $1/L$  을 읽는 전제는 꼬리-우세 ( $L_V \gtrsim w$ ) 다. 반대 regime 에서는  $\xi_{\text{eq}}$  의  $q$ -감쇠 길이(=  $w/|dV_n/dq|$ , 배경 지배 구간에서  $\approx w C_{\text{bg}}/Q_{\text{cell}}$ )가  $L_q$  보다 길어 컷 이후에도 평형 목표의 잔여 이동(원천)이 살아 있고, 그래서 측정 기울기에  $1/w$  뒀이 섞인다. 중간 구간( $w/3 \lesssim L_V \lesssim w$ )에서는  $r_{a,j}$  를 자유 파라미터로 두되 (M4)  $L$  의 창 점은 혼합 의심으로 가중을 낮추거나 제외한다. 또 창은  $\mathcal{A} \gtrsim 3RT$  이후에서 시작하고 좁게 여럿 두는 편이 좋다 — 전이대 창의 원천 잔류와 창 내  $L$  변화가 둘 다  $\chi$  를 위로 편향시키는 것이 (7) 의 round-trip 류 합성 시험으로 정량 확인되었다(3창·컷 직후 시작 +0.07  $\rightarrow$  6창· $3RT$  이후 시작 +0.03).



(4) 모델 평가(의사코드). 파라미터  $\theta = \{U_j, w_j, Q_j, \Delta H_{a,j}^{\text{eff}}, b_j, r_{a,j}\} \cup \{C_{\text{bg}}, R_n, \chi\}$  (+충방전이면  $\{\Omega_j, \gamma_j\}$ )와 조건  $(T, |I|, d)$  에서.  $b_j$  는 S4 절편(아래 M3),  $r_{a,j}$  는 M4 의 regime 규칙대로 접속값이거나 자유 파라미터다:

- M1.  $u_j, \Delta U_j^{\text{hys}}, U_j^d$  계산(식 (1.88)·(1.91)). 코드는 명시 분기 —  $\Omega_j \leq 2RT$  면  $\Delta U^{\text{hys}} := 0$ (제공근이 NaN 을 주는 영역이다). 부분 cycle 이면  $\gamma_j \rightarrow h_j(\eta) \gamma_j$ (§1.14).
- M2.  $V_n$  격자에서  $\xi_{\text{eq},j}$  평가 — 식 (1.27) 의 끝에 중심  $U_j^d$ , 폭은 S1 동결값  $w_j$ (박스의  $RT/F$  는 이상 극한 — 하드코딩 금지; 비측정  $T$  는 (7) 규칙).
- M3.  $L_{q,j}$  를  $q_a$  한 점의  $\mathcal{A}_j(V_{a,j})$  로 평가해 전이당 상수로 동결(지수 꼬리는 상수  $L$  의 닫힌 해 — 격자 점별 대입 금지; 히스 전이의  $\mathcal{A}$  중심은  $U_j^d$  다). 계산식은 식 (1.69) 그대로다 — 엔트로피 몫  $-\Delta S_{a,j}/R$  가 prefactor 보정과 결합해  $b_j$  로,  $\Delta H_{a,j}$  가 유효값으로 바뀌어  $\ln L_{q,j} = \ln(T_*/T) + \Delta H_{a,j}^{\text{eff}}/RT + b_j - \chi \mathcal{A}_j/RT$  이고, 여기서  $T_* = |I|h/(Q_{\text{cell}}k_B)$  다.  $b_j$  는 S4  $y$ -절편의 부호 반전 ( $b_j = -$  절편;  $\Delta S_{a,j}$  단독은 비식별 — §1.10)이다. 컷이  $\mathcal{A} < 3RT$  에 걸리면 보편형 괄호 인자  $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$  는 속도에 곱하는 인자이므로  $L_{q,j}$  는 그 인자로 나눈다(조건부 적용이 문턱  $3RT$  에 남기는 계단은  $\ln(1 + e^{-3}) \approx 5\%$  — (3')이 창을  $3RT$  이후로 두므로 실무 영향 없음).
- M4.  $L_{V,j} = |dV_n/dq|_{q_a} L_{q,j}$  — 기울기는 피팅 시 해당 율의 측정  $V(q)$  에서, 예측 시 보존식 (1.42) 의 평형 해  $V_{n,\text{OCV}}(q)$  에서 읽는다 —  $Q_{\text{bg}}$  는  $C_{\text{bg}}$  spline 의 적분(적분상수는 S1 anchor 한 점의  $(V_n, \text{누적 전하})$ 로 고정)이고, 히스 전이의 평형 곡선은 방향별 중심  $U_j^d$  로 생성한다.  $r_{a,j}$  의 엄밀값은 일반해(§1.8)의 기억 적분이며, 실무는 코드 분기로 가르다 —  $L_V < w/3$  이면 접속값  $L_q(d\xi_{\text{eq}}/dq)|_{q_a}$ , 그 외(중간 구간 포함)는  $O(1)$  로 포화하므로  $(0, \xi_{\text{eq}}(q_a)]$  범위의 자유 파라미터 다(문턱  $w/3$  은 유효 조건  $L_V \ll w$  를 분기로 옮긴 운용 약속). 예측 시 자유-분기  $r_{a,j}$  는 포화 regime 이 유지되는 한 닫힘값을 유지한다.
- M5. 식 (1.96) 로 합산.
- M6.  $V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n$  으로 측정축 복귀.

모듈 골격은 실행 순서로 적는다 — read\_Rn(전류 차단 직독)은 회귀가 아니라서 맨 앞에 둘 수 있고 (3) 의 히스 분류가 그 값을 선소비하며, cut\_qa 는 S1 의 동결 출력  $\xi_{\text{eq},j}$  를 쓰므로 S1 뒤다:

```
preprocess → read_Rn → detect_peaks → stage_S0 → stage_S1
→ cut_qa → stage_S3 ... stage_S5 → predict → roundtrip
```

model\_eval(M1–M6)은 각 단계와 predict 가 호출하는 공용 함수다. 사슬 표의 S2 는 read\_Rn 직독 값의 동결 확정 자리다 — 표·그림의 위치는 동결 논리의 순서, 골격의 위치는 실행 순서다.

(5) 목적함수. 전역 동시 최소화는 공선형으로 금지. 각 단계 안에서 가중 최소제곱  $\chi^2 = \sum_i [y_i - \hat{y}_i]^2 / \sigma_i^2$  — 가중은 평활 잔차에서 추정된 잡음.  $dV/dQ$  좌표 피팅은 작은  $dQ/dV$  영역의 잡음을  $1/y^2$  로 증폭하므로 비권장.

(6) 단계별 회귀 — 입출력. 각 단계의 출력은 이후 단계에서 동결된다(그림 16).

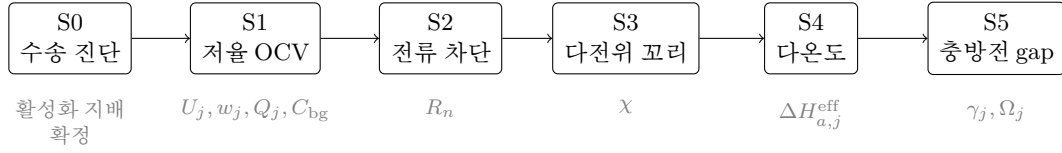


Figure 16: 비순환 식별 사슬. 각 단계의 출력(아래 라벨)은 다음 단계에서 동결된 기지값으로 쓰여 단계마다 미지수가 한 겹씩만 남는다. 화살표를 거슬러 자유화하면 공선형이 되살아난다.

| 단계 | 입력 데이터             | 회귀(자유 파라미터)                                                     | 출력(동결)                      |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| S0 | GITT 완화 transient  | $\sqrt{t}$ 형/지수형 각각 회귀 후 정보 기준 AIC(Akaike) 낮은 쪽 채택              | 활성화 지배 확인                   |
| S1 | 저울 OCV(각 $T$ )     | 검출 직독 + 다-peak 동시 국소 회귀                                         | $\{U_j, w_j, Q_j\}, C_{bg}$ |
| S2 | 전류 차단 도약           | $\Delta V = s_I  I  R_n$ 직독(방전 기준 표기)                           | $R_n$                       |
| S3 | 등온 대전위 꼬리          | $\ln L_q$ vs $V_{drive}$ 기울기 $-\chi sF/RT$ (S0 통과 전제 — 감쇠 인자 1) | $\chi$                      |
| S4 | 다운도 꼬리             | $y(T)$ vs $1/T$ (식 (1.71))                                      | $\Delta H_{a,j}^{eff}$ , 절편 |
| S5 | 다울 충방전 gap(각 $T$ ) | 절편·기울기 분해 + 절편 $T$ -형 비선형 회귀                                    | $\gamma_j, \Omega_j$        |

보충 규정:

- S0의 두 모형식은 휴지 완화 전위의  $V(t) = a + b\sqrt{t}$  (반무한 확산)와  $V(t) = a + be^{-t/\tau}$  (단일 완화)다 — 차단 도약(S2 직독 뚫)을 제외한 같은 휴지 창에서 각각 회귀해 AIC를 비교한다.
- S2의 “직독”은 차단 후 첫 샘플 간격 안의 순간 도약만 취한다 — 이후의 느린 완화는 S0의 뚫이라 섞지 않는다.
- S1의 “직독+회귀”는 필수다 — 직독만으로는 겹침이 면적·중심에 계통 오염을 넣는다 (검출 초기값으로 다-peak 평형식을 동시 최소화제곱).
- 히스 전이의 S1 출력은 방향별 측정 중심  $\{U_j^{dis}, U_j^{chg}\}$  — 곧 중점  $U_j$ 와 측정 gap — 다. 회귀 구성도 여기서 못박는다: 히스 전이가 있으면 S1은 충·방 저울 데이터의 공동 최소화제곱으로 돌며,  $U_j^{dis}/U_j^{chg}$ 는 분리 자유도,  $w_j$ 와  $Q_j$ 는 방향 공유를 강제한다(비히스 전이는 단일 공유 중심). cut\_qa와 M1 이전 단계는 이 측정값을 그대로 쓰므로 S5를 선참조하지 않으며(비순환이 유지된다), S5의  $(\gamma_j, \Omega_j)$ 는 거꾸로 그 측정 gap을 재현해야 한다는 정합 조건을 진다.
- S1 데이터의 “준평형” 자격은 자기 모델로 점검한다 — 확정 파라미터로 역산한 0.05C의 잔류 지연  $r_a$ 와 kinetic 이동이 보고 불확도보다 작아야 하고, 크면 GITT 휴지 데이터로 대체한다.
- $r_{a,j}$ (자유 분기)는 S3의 꼬리 진폭( $r_a/L_V$  직독)이 닫는다 — 참조표의 “S3 부산물”이 그 자리다. S4의 기준점은 전 온도 공통 SOC다 — 예로 든  $q_a$ 는 조건마다 그 조건의  $V_n(q)$ 로 맺히지만, 컷정의(3')가 “원천이 자기 정점의 5%”라는 전이-내 진행률 기준이라 온도가 달라도 같은 진행률에 닿는다 — 공통 SOC의 실용 구현이다.  $L_q$ 와  $\chi A_j$ 의 평가점도 같은 점으로 통일한다.
- S5는 절편 3점을  $(\gamma_j, \Omega_j)$ 의 2-파라미터 비선형 최소화제곱으로 풀되, 절편의 상대 온도 기울기가 측정 불확도보다 작으면 깊은 2상측 퇴화로 판정하고 lumped gap  $\Delta_j \equiv \gamma_j \Delta U_j^{hys}$  한 개(온도 상수)로 강등해 M1에 직접 쓴다.

(7) 예측·검증·진단.  $U_j(T)$ 는 세 온도 S1 값의 선형 회귀로 외삽한다(기울기가 곧  $\Delta S_j/sF$ ).  $w_j(T)$  — 단상·분기 공통 — 와  $C_{bg}(V, T)$ 도 같은 선형 회귀로 잇고, 측정창 밖 hold-out(예: 5°C)은 그 회귀의

외삽으로 생성한다.  $Q_j$  는 자리 수가 정하는  $T$ -공통 상수다 — 각  $T$  의 S1 값이 합치하는지 자체가 검정이고, 합치하면 평균을 쓴다. 전 단계 후 피팅에 쓰지 않은 hold-out 조건(예:  $0.5C \cdot 5^\circ C$ , 다른 율의 gap)을 예측해 대조한다 — 피팅이 아니라 외삽 예측이 진짜 시험이다. 잔차는 진단으로 읽는다:

| 증상                        | 의심 원인                                          | 처방                              |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 꼬리가 반로그 현 아래로 처짐          | $\rho_G$ 분포 넓음                                 | 분포 적분 켜기(식 (1.73))              |
| 꼬리 후미가 현 위로 부푼(가속)        | 상수- $L$ 가정 위반( $\mathcal{A}(V)$ 드립트)           | sub-window 국소 $L_V$ 로 처리 확인(3') |
| gap- $ I $ 기울기가 점점 줄(로그형) | $\eta_{ct} \propto \ln  I $ 우세                 | 저율 한정- $R_{ct}$ 분리              |
| gap- $ I $ 기울기가 점점 커짐     | 확산 한계- $\gamma_j( I )$                         | 율 하향-수송 진단                      |
| Arrhenius 비선형             | 공율속-경쟁 꼬리원                                     | S0 재진단 (§1.16)                  |
| 충방전 면적 불일치                | 용량 미평형-부반응(울타리 ⑮ — 무부반응 가정) 또는 $(1-r_a)$ 회계 누락 | 전처리-cycle 안정화-식 (1.79) 회계 점검    |
| 절편 $T$ -의존 < 불확도          | 깊은 2상측 퇴화                                      | lumped $\Delta_j$ 강등            |
| 전이별 gap 기울기 상이            | lumped $R_n$ 위배                                | $R_{n,j}$ 세분                    |
| hold-out 꼬리 잔차(융합 근방)     | 예측 $ dV/dq $ 의 OCV 근사 (M4)                     | 예측 곡선으로 $V(q)$ 재구성 후 1회 갱신      |
| S0 완화가 혼합형(두 모형 다 잔차)     | 다공 전극의 확산-반응 혼재                                | 판정 보류-EIS 병행 (§1.16)            |

코드 자체의 검증은 round-trip — 알려진  $\theta^*$  로 합성 곡선을 만들고 측정 수준 잡음을 더해 전 파이프라인이  $\theta^*$  를 회복하는지 본다(동결 사슬이 곡선형을 실제로 끊는지, 평활 창이  $w$  에 편향을 넣지 않는지가 정량으로 드러난다).

(8) 한눈 참조표.

| 기호                            | 물리적 의미                                            | 닫는 데이터 (단<br>계)          | 정의식                           | 전형 규모 (25°C)                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| $U_j$                         | 평형 중심 전위                                          | 저울 OCV(S1, 각<br>$T$ )    | (1.51)                        | 0.08–0.21 V vs Li                                                      |
| $w_j$                         | 폭 (평형/현상학)                                        | 저울 OCV(S1)               | (1.32)(단<br>상)·S1 직 접<br>(분기) | $\lesssim 25.7$ mV(단상 기<br>준)                                          |
| $Q_j$                         | 전이 용량                                             | 저울 OCV(S1)               | (1.51)                        | 0.1–0.5 $Q_{\text{cell}}$                                              |
| $C_{\text{bg}}$               | 배경 미분용량                                           | 저울 OCV(S1)               | (1.43)                        | peak 높이의 $\lesssim 10\%$                                               |
| $R_n$                         | lumped 분극 저항                                      | 전류 차단(S2)                | (1.45)                        | 10–100 $\Omega \text{cm}^2$ ( $ I $ 가<br>전류밀도일 때; 절대<br>전류면 $\Omega$ ) |
| $\chi$                        | 전달 계수                                             | 다울 꼬리(S3)                | (1.67)                        | 0.3–0.7                                                                |
| $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ | 활성화 엔탈피 ( $\Omega \neq 0$ 은 유<br>효 값)             | 다운도(S4)                  | (1.71)                        | 30–60 kJ/mol                                                           |
| $b_j$                         | 결 합 절 편<br>( $-\Delta S_{a,j}/R + \text{pref.}$ ) | 다운도(S4; $b_j =$<br>– 절편) | M3                            | 무차원 $O(10)$                                                            |
| $r_{a,j}$                     | 꼬리 잔류 지연                                          | 꼬리 진폭(S3 부<br>산물)        | M4                            | $O(0.1\text{--}1)$                                                     |
| $\gamma_j$                    | 분기 축소 인자                                          | gap 절편 크기<br>(S5)        | (1.91)                        | 0.3–0.8                                                                |
| $\Omega_j$                    | 상호작용 에너지                                          | gap 절편 $T$ -의존<br>(S5)   | (1.88)                        | 히스 전이서 $> 5$ kJ/<br>mol                                                |
| ( $\rho_G$ 폭)                 | 장벽 분포(선택)                                         | 꼬리 휨                     | (1.73)                        | $\sigma_G \sim$ 수 kJ/mol                                               |
| ( $h_j$ )                     | 부분 cycle 보간(선택)                                   | minor loop               | §1.14                         | $h \approx \eta$                                                       |

전형 규모는 초기값·sanity check 용 어림이며 실제 값은 데이터가 정한다.

**핵심. 가정의 울타리.** “식 하나로 끝난다”는 다음 안에서다 — ① 활성화 지배(아니면  $S0$  수송 진단 선행) ② 좁은  $\rho_G$ (휘면 분포 적분) ③ *prefactor*  $T$ -안정 ④  $q_a$  컷 공통 고정 ⑤ 분기 중심의  $\xi = \frac{1}{2}$  대칭 ⑥  $\gamma_j$  전류·온도 무관(저~중율) ⑦ 분극 선형·*lumped*  $R_n$  ⑧ 전이 간 독립 가산 ⑨  $C_{\text{bg}}$  를  $S1$  에서 동결 ⑩ 반쪽전지 환산 선행 ⑪ 전이당 상수- $L$  동결(위반 지문은 진단표의 후미 가속) ⑫  $V_{\text{drive}} = V_n$  *lumped*(계면 과전압의  $V_n$  흡수 — 활성화 지배와 별개 가정) ⑬ 운전 중 전해질 조성 불변( $U_j$  상수의 전제 — 저온·고율 농도 분극에서 먼저 깨진다) ⑭ 분기 전이의 꼬리 파라미터( $\chi, \Delta H_a$ )는 단일 자리 완화의 유효값(다입자 *mosaic* 전선의 거동을 한 완화로 뭉친 것 — 단상 전이의 같은 양과의 합치가 그 이식의 사후 검정) ⑮ 무부반응(쿨롱 효율  $\approx 1$  — *SEI* 성장·저온 고율의 *Li plating* 같은 기생 패러데이 전류가 보존식 (1.42) 밖에 없다는 가정; 위반 지문은 진단표의 충방전 면적 불일치)  $\chi$  전이 공통(위반 시 전이별 세분 — 단상·분기 합치 검정 (§1.16) 이 그 점검이다). 어느 하나가 깨지면 해당 추가 절차가 켜진다 — ①②⑥⑦⑪⑭⑮ 의 검출법은 다음 절차 진단표가 다루고, 나머지는 잔차와 *hold-out* 불일치로 드러난다.

## 1.16 검증과 반증

좋은 모델은 어떻게 틀릴 수 있는지를 스스로 말해야 한다. 본 문건의 두 주장 — “꼬리는 전위가 낮춘 유효 장벽 (1.64) 의 동역학 산물”과 “잔류 gap 은 상분리가 남긴 열역학 절편 (1.93)” — 각각에 반증 가능한 지문과 경쟁 가설의 배제 절차를 적는다.

### 1.16.1 꼬리 기전의 반증

식 (1.71) 의 보정 회귀가 지문이다. 구동항  $\chi \mathcal{A}_j$  를 빼낸  $y(T)$  의 기울기는 순수  $-\Delta H_a/R$  ( $\Omega \neq 0$  전 이는 유효값 (1.95) — 보정항  $\chi_d \Omega$  도 전위 무관이라 검정 논리는 같다) 이어야 하고 전위에 무관해야 한다. 실제 검정 장면 — 서로 다른 세 꼬리 전위 창에서  $y(T)$  직선을 각각 만들면, 본 모델이 옳을 때 세 직선이 한 직선으로 포개진다. 보정이 불완전하거나 다른 기전이 섞이면 직선들이 전위 순서대로 층이 지며, 층의 기울기 차는  $\chi \Delta \mathcal{A}_j/R$  규모로 정량 예측되므로 합격/불합격이 아니라 잔여 크기로 검정력을 보고할 수 있다.

같은 거시 거동 ( $L \propto |I|$ , 전위  $\uparrow \Rightarrow$  꼬리  $\downarrow$ ) 을 공유하는 경쟁 꼬리원이 둘 있어, 독립 진단으로 먼저 떼어 내야 한다:

| 원인          | 전위 의존의 출처                           | 갈라 주는 독립 진단                                                         |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 유효 장벽(본 문건) | $-\chi \mathcal{A}_j$ (식 (1.64))    | 보정 후 Arrhenius 기울기의 전위 무관                                           |
| 고체상 확산      | $D(\theta)$ 의 점유율 의존                | GITT 완화가 $\sqrt{t}$ 형 (반무한 확산)                                      |
| 전하전달 과전위    | $\eta_{ct} \propto \ln  I $ (Tafel) | EIS(전기화학 임피던스 분광 — Nyquist 복소평면의 반원 지름이 $R_{ct}$ ) 또는 전류 차단으로 독립 분리 |

GITT 완화가 지수형 — 비확산, 곧 표면/활성화 율속 일반 — 임을 확인하고, 그중 전자전달 몫을  $R_{ct}$  분리(EIS 또는 전류 차단)로 떼어낸 뒤에만 꼬리를 유효 장벽에 귀속한다 — 이 두 분리 없이 단일 데이터셋에서 귀속하는 것은 금지한다 [16, 11]. 분기 전이에는 변별 지문이 하나 더 있다 — 율타리 ⑭ 의 이식이 옳다면 같은 재료 안에서 단상 전이와 분기 전이의  $\Delta H_a$  와  $\chi$  가 계통적으로 합치해야 하며, 분기 전이만 동떨어진 값을 주면 단일 자리 완화 그림이 그 전이에서 기각된다.

### 1.16.2 히스테리시스의 반증

세 칼날이 있다. (i) 절편의 유무 — gap 을  $|I| \rightarrow 0$  으로 외삽한 절편이 0 이면 순수 분극이라 “상분리 기원 히스” ( $\Omega_j > 2RT$  이고  $\gamma_j > 0$ ) 주장이 기각된다 —  $\Omega_j \leq 2RT$  인지  $\gamma_j \approx 0$  인지는 (iii) 의 단상 폭 사영이 가르다(그때 식 (1.96) 의 두 방향은  $|I| \rightarrow 0$  에서 완전히 겹쳐야 한다). (ii) 온도 소멸 — 절편은  $T \rightarrow T_{c,j}$  에서  $(T_c - T)^{3/2}$  먹으로 매끄럽게 소멸해야 한다. 측정창이  $T_{c,j}$  에서 한참 아래(깊은 2상측) 면 먹이 보이지 않으므로, 어느 검정을 쓸지는 절편의 상대(로그) 온도 기울기로 사전 판별한다. 임계 근방에서 식 (1.89) 의 먹을 로그 미분하면

$$\left| \frac{d \ln \Delta U_j^{\text{hys}}}{dT} \right| \xrightarrow{\Delta U^{\text{hys}} \propto (T_c - T)^{3/2}} \frac{3}{2(T_{c,j} - T)} \implies T_{c,j} - T \approx \frac{3}{2\sigma} \quad (1.97)$$

( $\sigma$ : 측정된 로그 기울기 크기) — 역산값을 측정창과 비교하면 관별이 수치 규칙이 된다. 절대 기울기는 미지의  $\gamma_j$  가 곱해져 있어 관별량으로 부적격이고, 로그 기울기만이  $\gamma_j$  가 약분되는  $\gamma$ -무관 관별량이다. 절편이 온도에 아예 무관하면 정규용액 그림이 틀렸다는 신호다(표면 재구성·기계적 응력 기원 히스 등) — 다만 적층 기원의 *athermal* 절편 바닥은  $T_{c,j}$  위에서도 남으므로, 소멸하는 몫과 남는 바닥의 구별은 §1.18 가 한 단계 더 가른다. (iii) 내적 일관성 — 단상 온도 구간이 있으면 폭  $w^{\text{eff}}(T)$ (식 (1.32))에서도  $\Omega_j$  가 사영된다. 단 폭과 gap 은 같은 자유에너지 곡률의 두 사영이라 독립 과결정이 아니라 단일 모형의 자기 일관성 점검이다 — 진짜 독립 검정을 원하면 열량계나 위상도 같은 제3 입력이 필요하다.

이로써 이론이 닫혔다. 하나의 속도식 (1.2) 에서 출발해 — 평형을 그 정지점으로 회수하고, 세 인자의 가치를 치고, 관측측과 합성해 피팅 알고리즘까지 — 그리고 그 전부가 어떻게 틀릴 수 있는지까지. 서론이 약속한 두 요구 중 “어떻게 틀릴 수 있는지까지 스스로 말할 것”은 본 절이 회수했다. “실데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것”은 §1.15 의 사양에 더해, 다음 절의 실행 검증이 마저 갖는다.

## 1.17 예시 구현 — 모델 함수에서 round-trip 까지

“이 절(§1.15)만 보고 피팅 코드를 짤 수 있어야 한다”는 선언은 검증 가능해야 한다. 이 절이 그 검증이다 — 아래 코드는 본 문건의 식과 알고리즘 단계만을 직역한 것으로, 모든 주석의 (1.x)/M/S 번호가 출처다. 문건 밖 지식은 쓰지 않았고, 수록 전 실행으로 검증했다(§1.17.3). 피팅(최소화) 루틴 자체는 수록하지 않는다 — (5) 의 가중 최소제곱 규정만 지키면 어떤 LSQ 라이브러리든 무방하며, 본 절의 몫은 그 루틴에 넣을 모델 함수와 잔차의 구성이다.

### 1.17.1 모델 함수 — 식 (1.96) 의 직역

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# graphite_ica_model.py - Ch.1 (v3) 식의 직역. 주석은 식 번호·단계 표지만 단다(해설은 §1.17 본문).
import numpy as np

R, F = 8.314, 96485.0
KB, H = 1.380649e-23, 6.62607015e-34

def dU_hys(T, Omega):
    """(1.88) spinodal 상한 gap [V] - Omega <= 2RT 면 0 (M1 명시 분기)."""
    if Omega <= 2.0 * R * T:
        return 0.0
    u = np.sqrt(1.0 - 2.0 * R * T / Omega)
    return (2.0 / F) * (Omega * u - 2.0 * R * T * np.arctanh(u))

def U_branch(T, U, Omega, gamma, sigma_d, h_eta=1.0):
    """(1.91) 분기 중심 U^d - 부분 cycle 은 gamma -> h(eta)*gamma (M1)."""
    return U + sigma_d * 0.5 * (h_eta * gamma) * dU_hys(T, Omega)

def xi_eq(Vn, Ud, w):
    """(1.27) 의 꼴 - M2 (중심 U^d, 폭 w 는 S1 동결값)."""
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-(Vn - Ud) / w))
```



```
def ln_Lq(T, I_abs, Q_cell, dHa_eff, b, chi_d, A_d):
    """(1.69) - M3. A_d >= 0 방향형; 전이대(A_d < 3RT)는 괄호 인자로 나눈다."""
    T_star = I_abs * H / (Q_cell * KB)
    val = np.log(T_star / T) + dHa_eff / (R * T) + b - chi_d * A_d / (R * T)
    if A_d < 3.0 * R * T:
        val -= np.log(1.0 + np.exp(-A_d / (R * T)))
    return val

def r_a_connect(Lq, dxi_dq_at_qa):
    """M4 접속 분기(L_V < w/3): r_a = L_q * (dxi_eq/dq)|_{q_a} - par['r_a'] 생성용."""
    return Lq * dxi_dq_at_qa

def dQdV_app(V_app, T, I_abs, Q_cell, sigma_d, par):
    """(1.96) 양방향 통합식의 평가, M1~M6 - 반환은 방향 정렬 ICA 크기 [Q_cell/V]."""
    Vn = V_app - sigma_d * I_abs * par['Rn'] # (1.45)
    y = np.asarray(par['Cbg'](Vn), dtype=float) # (1.43)
    for tr in par['transitions']:
        Ud = U_branch(T, tr['U'], tr['Omega'], tr['gamma'], sigma_d, tr.get('h_eta', 1.0)) # M1
        xe = xi_eq(Vn, Ud, tr['w']) # M2
        A_d = sigma_d * F * (tr['Va'] - Ud) # (1.19) 방향형
        chi_d = par['chi'] if sigma_d > 0 else 1.0 - par['chi'] # (1.21) 합-1
        Lq = np.exp(ln_Lq(T, I_abs, Q_cell, tr['dHa_eff'], tr['b'], chi_d, A_d)) # M3 (동결)
        LV = abs(tr['dVdq_qa']) * Lq # M4
        ra = tr['r_a']
        bell = (1.0 - ra) * xe * (1.0 - xe) / tr['w'] # (1.96) 종
        sup = (sigma_d * (Vn - tr['Va']) >= 0.0)
        dv = -sigma_d * (Vn - tr['Va']) / LV
        tail = (ra / LV) * np.exp(np.where(sup, dv, -np.inf)) # (1.96) 꼬리
        y = y + tr['Q'] * (bell + tail)
    return y # M6: V_app 축
```

읽는 순서는 M1→M6 그대로다. 코드 주석은 식 번호와 단계 표지만 달았다 — 각 줄의 의미·단위·방향 규약은 전부 §1.15 가 이미 정의한 것의 직역이기 때문이다. 짚을 것만 짚는다. `par` 는 식 (1.96) 의 파라미터 벡터  $\theta$  에 조건·직독량 ( $V_a$ ,  $|dV/dq|_{q_a}$ ,  $h_\eta$ )을 더해 담은 사전이고, 각 값을 담은 단계는 (4) 의 목록과 같다.  $Q_j$  와  $C_{bg}$  는  $Q_{cell}$  정규화(무차원·/V),  $|I|/Q_{cell}$  는 rate [1/s] —  $T_*$  가 그 비만 쓴다. 방전이면  $\sigma_d=+1$ , 충전이면  $-1$  이고, 방향이 값을 바꾸는 두 자리 — 구동력  $A_d = \sigma_d F(V_a - U^d) \geq 0$  과 계수  $\chi_d$ (방전  $\chi$ ·충전  $1 - \chi$ , 식 (1.21)) — 만 M3 호출부에서 갈라진다. 꼬리의 `np.where` 는 비지지 쪽 지수를  $-\infty$  로 막아 `exp` 가 정확히 0 이 되게 하는 강건성 장치다. 평형 3량과 ( $\Omega_j, \gamma_j, \chi$ ) 는 방향 공통, 꼬리 파라미터는 방향별 독립 (§1.15) — 충전 평가에는 충전 데이터에서 담은 `par` 를 쓴다.

### 1.17.2 단계 회귀의 골격

```
# ---- 단계 회귀의 골격 - 해설·규약은 본문, 목적함수는 (5) 의 가중 LSQ
def s1_residual(theta, V, y_meas, Np):
    """S1 잔차 - theta = [U_1, w_1, Q_1, ..., U_Np, w_Np, Q_Np, Cbg0]; (1.79) 종 항만.
    Cbg0 은 상수 근사 - 실패이터는 (3) 의 anchor spline."""
    model = np.full_like(V, theta[-1])
    for j in range(Np):
        U, w, Q = theta[3 * j : 3 * j + 3]
```

```

xe = xi_eq(V, U, w)
model = model + Q * xe * (1.0 - xe) / w
return y_meas - model

# S3: (V_drive, ln L_q) 점들의 직선 기울기 = -chi*F/RT (방전, S0-pass) ... (1.67)
# S4: y(T) 를 1/T 로 회귀 - 기울기 = -dHa_eff/R, b = -절편 ... (1.70)·(1.71)
# S5: 절편(T) 3점 -> (gamma, Omega) 2-파라미터 비선형 LSQ ... (1.93)

```

S1 만 잔차 함수가 필요하고(다-peak 동시 회귀 — (6) 보충 규정), S3·S4 는 직선 회귀, S5 는 2-파라미터 비선형 한 건이다. 사슬의 실행 순서·동결 규칙·컷 정의는 (1)–(8) 이 이미 규정했으므로 여기서는 반복하지 않는다 — 골격 주석의 식 번호를 따라가면 된다.

### 1.17.3 실행 검증과 대응표

수록 코드를 그대로 실행해 세 가지를 확인했다. 검증 꾸러미는 본 문건과 함께 보관된다 — 모델 모듈 `graphite_ica_model.py`, 구동 스크립트 `run_example.py`, 그리고 그 실행 로그다. (i) 수치 재현 —  $dU_{\text{hys}}(25^\circ\text{C}, 4RT) = 54.8 \text{ mV}$ : §1.13 의  $\approx 55 \text{ mV}$  그대로. (ii) 면적 보존 — 꼬리-우세 전이( $r_a = 0.3$ ) 하나를 식 (1.96) 로 평가해 배경 차감 적분하면 방전 0.3998·충전 0.4000 vs 참  $Q = 0.4000$ : 중의  $(1-r_a)$  와 꼬리의  $r_a$  가 양방향 모두에서 정확히 합쳐진다(§1.11 의 회계). 이때 절편  $b$  는 임의값이 아니라 목표  $L_q$  에서 식 (1.69) 를  $b$  에 대해 푼 자기일관 값이어야 한다 — 임의의  $b$  는  $L_q$  를 수십~수백 배 어긋나게 만들므로, 합성 시험을 직접 짜는 독자가 가장 먼저 만나는 함정이다. (iii) 미니 *round-trip* — 3전이 저울 합성(1% 잡음)에서 `s1_residual` + Gauss-Newton 으로  $U_j$  를  $\pm 0.25 \text{ mV}$ ,  $w_j$  를  $\pm 0.2 \text{ mV}$ ,  $Q_j$  를  $\pm 0.001$  안에서 회복했다. 본 절의 세 시험이 덮는 것은 모델 평가·보존·S1 경로다 — 유한을 꼬리 경로(컷·sub-window· $\chi$  회귀· $(1-r_a)$  회계)와 충방전 gap 경로( $\Omega, \gamma$  회복)는 (7) 의 규정대로 같은 사양의 별도 *round-trip* 으로 수행되어 통과했고(같은 꾸러미에 보존), 본 절의 함수는 그 시험들이 쓴 구현과 동일 사양이다.

코드와 문건의 대응을 한 표로 달는다:

| 함수                       | 문건 출처            | 비고                                                            |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>dU_hys</code>      | 식 (1.88), M1     | $\Omega \leq 2RT$ 명시 분기(NaN 영역)                               |
| <code>U_branch</code>    | 식 (1.91), M1     | 부분 cycle 은 $h(\eta)\gamma$                                    |
| <code>xi_eq</code>       | 식 (1.27) 의 꼴, M2 | 폭은 S1 동결값                                                     |
| <code>ln_Lq</code>       | 식 (1.69) 그대로, M3 | 방향형 $A_d \geq 0$ , $\chi_d$ (충전 $1 - \chi$ ); 전이 대는 괄호 인자로 나눔 |
| <code>r_a_connect</code> | M4               | $L_V < w/3$ 분기의 접속값                                           |
| <code>dQdV_app</code>    | 식 (1.96), M1–M6  | $(1 - r_a)$ 중 + indicator 꼬리                                  |
| <code>s1_residual</code> | 식 (1.79) 중 항, S1 | 저울 $r_a \rightarrow 0$ 극한                                     |

**핵심. 구현의 요지.** 문건의 닫힌 식들은 그대로 코드가 된다 — 모델은 식 (1.96) 의 직역 한 함수, 식별은 S1–S5 의 잔차·직선·2-파라미터 회귀가 전부다. 실행 검증은 본 절의 세 시험(수치·양방향 보존·S1 회복)과 별도 *round-trip* 두 건(꼬리 경로·gap 경로)으로 통과했다. 그 범위 안에서, 서론과 §1.15 의 약속 — 이 문건만으로 피팅 코드를 세울 수 있다 — 은 선언이 아니라 실행으로 확인된 사실이다.

## 1.18 [확장] 적층 준안정 — 방향별 임계 조성의 미시 기원

§1.15 까지 방전 본론과 충방전 분기가 닫혔고 §1.17 가 그것을 코드로 확인했다. 이 닫는 확장은 한 걸음 더 들어가, §1.13 가 현상학적  $\gamma_j$  로 처리한 방향 비대칭의 미시 기원을 묻는다. §1.13 의 분기 gap 은 대칭 spinodal 과주행(식 (1.88))에  $\gamma_j$  를 곱한 것이었다 — 방전이  $\xi_s^-$ , 충전이  $\xi_s^+$  로 대칭으로 과주행하는 그림이다. 그러나 준평형 (GITT) OCV 에서도 히스테리시스가 남고 [20, 21], operando 회절은 방향에 따라 다른 구조 거동 — 예컨대 liquid-like stage-2L 이 방전(탈리)에서는 나타나고 충전에서는 억제됨 [22, 23] — 을 보인다. 준평형 OCV + 제일원리 분석은 이 비대칭을 준안정 적층 (host 격자의 AB $\leftrightarrow$ AA 적층 순서)에 귀속하고 [20], 기계 학습 퍼텐셜 계산은 충·방전이 단순 역과정이 아니며 그 원인이 Li 수송과 탄소층 미끄러짐이라 한다 [24]; 그 에너지 바탕(거의 축퇴한 stage 에너지)은 제일원리 계산이 준다 [25]. 이 절은 그 미시 기원을 둘째 *order parameter* 로 수식화한다 — 그러면 방향별 임계 조성이 유도되고, §1.13 의 대칭 그림이 그 한 극한으로 회수된다.

### 1.18.1 둘째 order parameter — 적층 상태

전이  $j$  의 갤러리가 “열렸나(AA-유사)/닫혔나(AB)”를 적층 order parameter  $\sigma \in [-1, 1]$  로 적자 ( $\sigma = -1$ : 닫힘,  $\sigma = +1$ : 열림). 자리당 자유에너지 (1.33) 에  $\sigma$  의 이중우물과 Li 채움과의 결합을 더하면

$$g_j(\xi, \sigma) = g_{\text{Li},j}(\xi) + \frac{1}{4}B_j(\sigma^2 - 1)^2 - \kappa_j(\xi_{c,j} - \xi)\sigma \quad (1.98)$$

이다.  $g_{\text{Li},j}$  는 식 (1.33) 의 Li 배치·상호작용 몫,  $\frac{1}{4}B_j(\sigma^2 - 1)^2$  는 두 적층 상태( $\sigma = \pm 1$ )를 골짜기로 두고 그 사이에 장벽  $B_j/4$  를 세운 이중우물,  $-\kappa_j(\xi_{c,j} - \xi)\sigma$  는 “Li 가 많을수록(낮은  $\xi$ ) 열린 적층을 선호”하는 결합이다 ( $\kappa_j$ : 결합 세기,  $\xi_{c,j}$ : 적층이 중립인 진행률, 둘 다 J/mol·무차원).  $\sigma$  가 스스로 골짜기를 가져 이력을 운반한다는 점이 §1.5 의 단일 order parameter 그림과 다른 핵심이다.

### 1.18.2 방향별 임계 조성

$\sigma$  의 평형은  $\partial g_j / \partial \sigma = 0$  에서 닫힌다:

$$\sigma^3 - \sigma = \frac{\kappa_j}{B_j}(\xi_{c,j} - \xi) \equiv h_j(\xi). \quad (1.99)$$

닫힌 골짜기( $\sigma \simeq -1$ )는 장벽과 만나 사라질 때까지 버티는데 그 한계는  $\sigma = -1/\sqrt{3}$ ,  $h = +\frac{2}{3\sqrt{3}}$  이고, 열린 골짜기( $\sigma \simeq +1$ )의 한계는  $\sigma = +1/\sqrt{3}$ ,  $h = -\frac{2}{3\sqrt{3}}$  이다(이차·삼차의 saddle-node).  $h_j$  를  $\xi$  로 환산하면 방향별 임계 조성이 닫힌 꼴로 나온다:

$$\xi_{\text{open},j} = \xi_{c,j} - \frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{B_j}{\kappa_j} \quad (\text{충전: 닫힘} \rightarrow \text{열림}), \quad \xi_{\text{close},j} = \xi_{c,j} + \frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{B_j}{\kappa_j} \quad (\text{방전: 열림} \rightarrow \text{닫힘}). \quad (1.100)$$

충전은  $\xi$  가 줄며(점유율 증가)  $\xi_{\text{open}}$  에서 갤러리를 열고, 방전은  $\xi$  가 늘며  $\xi_{\text{close}}$  까지 버티다 닫는다. 두 임계 조성이 갈라진 폭

$$\Delta \xi_{\text{stack},j} = \xi_{\text{close},j} - \xi_{\text{open},j} = \frac{4}{3\sqrt{3}} \frac{B_j}{\kappa_j} \quad (1.101)$$

가 적층 이력이 만드는 방향 비대칭이다. 점유율  $\theta = 1 - \xi$  로 읽으면 직관과 맞는다 —  $\xi_c = \frac{1}{2}$ ,  $\Delta \xi_{\text{stack}} = 0.4$  면  $\xi_{\text{open}} = 0.3$ (충전: 점유율  $\theta = 70\%$  에서 열림),  $\xi_{\text{close}} = 0.7$ (방전:  $\theta = 30\%$  까지 비워야 닫힘)다(그림 17).

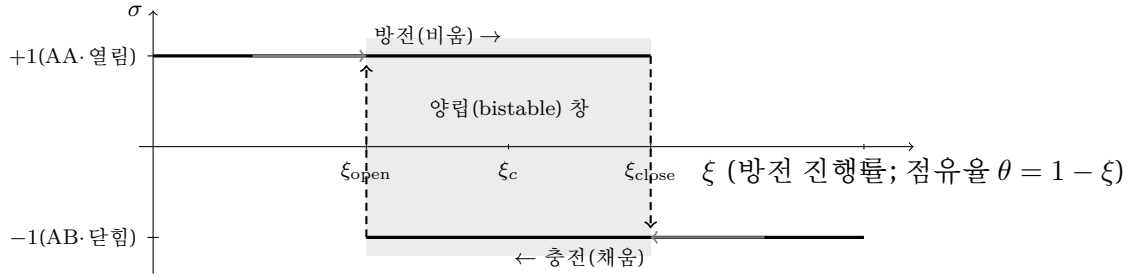


Figure 17: 적층 order parameter  $\sigma$ 의 방향별 이력(식 (1.98)–(1.100);  $\xi_c = 0.5$ ,  $\Delta\xi_{\text{stack}} = 0.4$ ). 충전 ( $\xi$  감소, 점유율 증가)은 닫힘( $\sigma = -1$ )을 유지하다  $\xi_{\text{open}} = 0.3$ (점유율 70%)에서 열리고, 방전( $\xi$  증가)은 열림( $\sigma = +1$ )을  $\xi_{\text{close}} = 0.7$ (점유율 30%)까지 버티다 닫는다(점선: 점화 점프). 두 임계 조성의 분리가 방향 비대칭이며, 음영의 bistable 창이 그 폭이다.  $B_j \rightarrow 0$ 에서 창이 닫혀 §1.13의 대칭 그림으로 회수된다.

### 1.18.3 적층 gap 과 대칭 극한의 회수

전위는  $sF(V_{\text{eq}} - U) = \partial g / \partial \xi$ (식 (1.38))로 읽힌다. 결합 항의  $\xi$  미분이  $\partial[-\kappa_j(\xi_{c,j} - \xi)\sigma] / \partial \xi = \kappa_j \sigma$ 라, 충전 가지( $\sigma = -1$ )와 방전 가지( $\sigma = +1$ )가 겹치는 창에서 화학퍼텐셜이  $2\kappa_j$ 만큼 갈린다. 전위로 옮기면 적층이 보태는 gap은

$$\Delta V_{\text{stack},j} \simeq \frac{2\kappa_j}{sF} \quad (1.102)$$

이고, 격자 역학(장벽  $B_j$ ·결합  $\kappa_j$ )이 정하는 *athermal*(온도 거의 무관) 몫이다. 대칭 극한의 회수 —  $B_j \rightarrow 0$ (장벽 없는·빠른 적층)에서  $\Delta\xi_{\text{stack}} \rightarrow 0$ ,  $\xi_{\text{open}} = \xi_{\text{close}} = \xi_{c,j}$ ,  $\Delta V_{\text{stack}} \rightarrow 0$ :  $\sigma$ 가  $\xi$ 에 노예화되어 추가 이력이 사라지고, 남는 것은 §1.13의 대칭 configurational spinodal gap(식 (1.88))뿐이다. 곧 §1.13의 그림은 본 결합 모델의 빠른-적층 코너이고( $\gamma_j$ 가 그 잔여 과주행을 흡수), 유한 장벽  $B_j$ 가 그 대칭을 깨 방향별 임계 조성을 가른다. (노예화 극한에서 결합은 Li-Li 상호작용을  $\Omega_{\text{eff}} = \Omega_j + O(\kappa_j^2/B_j)$ 로 키워 강한 staging을 보장하지만, 방향 비대칭은 만들지 않는다.)

### 1.18.4 반증 — athermal 바닥

관측 gap의 절편은 이제 두 몫의 합이다:

$$\text{절편}(T) = \underbrace{\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T)}_{\text{configurational} \propto (T_c - T)^{3/2}} + \underbrace{\Delta V_{\text{stack},j}}_{\text{stacking} \approx \text{athermal}}. \quad (1.103)$$

configurational 몫은 식 (1.89)대로  $T_{c,j}$ 에서 먹으로 소멸하지만 적층 몫은 남는다 — 높은  $T$ 까지 사라지지 않는 절편 바닥이 적층 기원의 지문이고, §1.16(ii)의 온도 소멸 검정을 소멸 몫 vs 남는 바닥으로 한 단계 더 가른다. 구조 지문도 있다 — stage-2L이 방전에서만 나타나는 방향 한정 회절 신호 [22, 23]가  $\xi_{\text{open}} \neq \xi_{\text{close}}$ 의 직접 증거다. 본 절의 모델은 가설 수준이다 — 위 두 지문으로 검정되며,  $B_j, \kappa_j$ 의 독립 측정(적층 민감 회절의  $\xi$  의존)이 그 정량 단합이다.

**핵심. 적층 준안정의 요지.** Li 채움  $\xi$ 에 적층  $\sigma$ 라는 둘째 order parameter를 결합하면(식 (1.98)), 방향별 임계 조성  $\xi_{\text{open}} \neq \xi_{\text{close}}$ (식 (1.100))와 *athermal* 적층 gap(식 (1.102))이 유도된다. 점유율로 읽으면 충전은  $\theta \sim 70\%$ 에서 열리고 방전은  $\theta \sim 30\%$ 까지 버티다 닫히는 그림이다. §1.13의 대칭 spinodal gap은  $B_j \rightarrow 0$ 의 빠른-적층 코너로 회수되고, 유한 장벽이 그 대칭을 깬다. 검정은 둘 — 높은  $T$ 의 *athermal* 절편 바닥(식 (1.103))과 방향 한정 stage-2L 회절 신호다. 본 절은 운영 모델 밖의 가설적 미시 기원이며, 피팅 사슬(§1.15)은 이를  $\gamma_j$ 한 양으로 이미 흡수하고 있다.

## References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of  $\text{Li}_x\text{C}_6$ ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] J. P. Sethna *et al.*, “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [6] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3\_4.
- [7] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [10] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [11] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [12] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [14] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [15] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with  $T$ -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [16] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.

- [18] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [19] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham et al., “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [20] M. P. Mercer, C. Peng, C. Soares, H. E. Hoster, D. Kramer, “Voltage hysteresis during lithiation/delithiation of graphite associated with meta-stable carbon stackings,” *J. Mater. Chem. A* **9**, 492 (2021). DOI: 10.1039/D0TA10403E.
- [21] D. Allart, M. Montaru, H. Gualous, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**, A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [22] C. Didier, W. K. Pang, Z. Guo, S. Schmid, V. K. Peterson, “Phase Evolution and Intermittent Disorder in Electrochemically Lithiated Graphite Determined Using in Operando Neutron Diffraction,” *Chem. Mater.* **32**, 2518 (2020). DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b05145.
- [23] C. Schmitt, A. Kube, N. Wagner, K. A. Friedrich, “Understanding the Influence of Temperature on Phase Evolution during Lithium-Graphite (De-)Intercalation Processes: An Operando X-ray Diffraction Study,” *ChemElectroChem* **9**, e202101342 (2022). DOI: 10.1002/celec.202101342.
- [24] L. Wang, X. Gong, Z. Li, R. Xiao, H. Li, “Revealing the Staging Structural Evolution and Li (De)Intercalation Kinetics in Graphite Anodes via Machine Learning Potential,” *arXiv*:2508.06156 (2025).
- [25] K. Persson, Y. Hinuma, Y. S. Meng, A. Van der Ven, G. Ceder, “Thermodynamic and kinetic properties of the Li-graphite system from first-principles calculations,” *Phys. Rev. B* **82**, 125416 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevB.82.125416.