

Chapter 1

하프셀 dQ/dV 이론: 한 곡선을 그리는 코드 진행을 따라가는 수식-구동판
— 흑연 음극에서 LCO 양극까지 (유도 확장)

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [6, 7]. 흑연은 staging 상전이 (stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계 $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다 (그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다 (이것이 v7 계열에서 압축됐던 부분이다). 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

두 전극을 한 프레임으로 — 이 장의 통합 범위. 위 forward 모델은 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체 상전이를 보는 한 전극에 무관하다 — 곧 식의 골격 (평균 중심 $U_j(T)$ ·logistic 점유· $\partial U_j/\partial T$ ·히스테리시스·꼬리)은 흑연 음극에만 묶이지 않는다. 본 장은 같은 골격을 양극 대표 물질 Li_xCoO_2 (LCO)로 확장한다 — 코인 하프셀(LCO vs Li/Li^+) 범위에서. 전개 순서는 줄곧 일반 (전극 불문) $\rightarrow$ 흑연 사례 $\rightarrow$ LCO 사례이며, 흑연 서술·식·부호·그림은 그대로 두고 (이 forward 모델은 이미 전극 일반으로 세워져 있다), 전극이 바꾸는 것은 (i) 전이 파라미터 (전이 전위· ΔS · Ω)와 (ii) 한 개의 고유 항뿐이다. 그 고유 항이 LCO의 전자(electronic) 엔트로피다 — 흑연엔 없고 (반금속·전도성 변화 미미) LCO엔 있는 (탈리튬화 시 절연체 $\rightarrow$ 금속 천이) 항으로, §1.6가 이를 Fermi–Dirac 분포에서 새로 유도해 같은 합산식에 plug-in 한다. 이 “한 항의 차이”가 두 전극을 한 장에서 설명하는 교육적 핵심이다. 전셀(음극+양극) 합성은 본 장 범위 밖이다(후속).

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) C -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 지연(꼬리)을 낳는다 — 본 문건의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

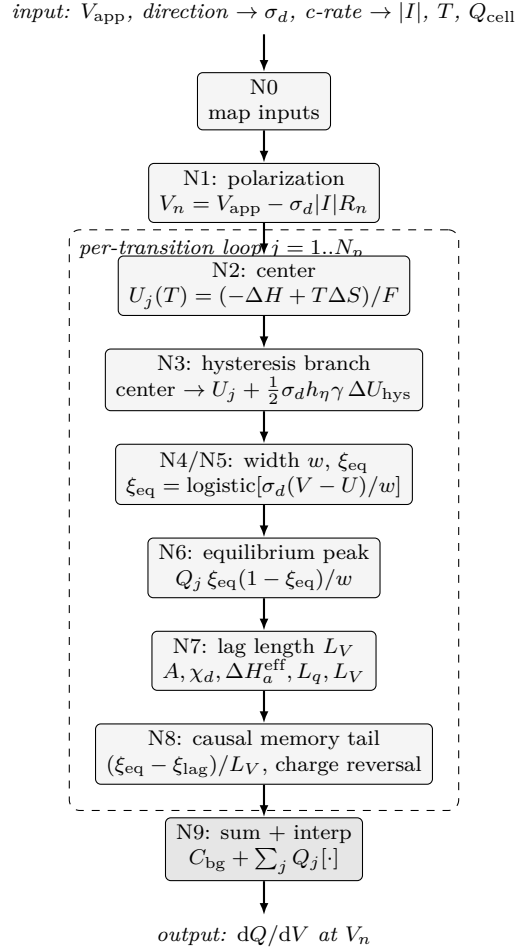


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서 $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$ 로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다. 점선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions). 그림 출처 — v7-11 의 spine 그림을 그대로 채택했다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)	4
1.1.1 양극 사례 — LCO 전이와 부호 규약	5
1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	6
1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다	6
1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유	7
1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	7
1.3.1 G, μ 와 평형 조건 — 유도	7
1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산	8

1.3.3	양극 사례 — LCO 중심 $U_j(T)$ 와 온도 부호	8
1.4	히스테리시스 분기 중심 (N3)	9
1.4.1	상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫	9
1.4.2	gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차	10
1.4.3	방향별 분기 중심 U_j^d	11
1.4.4	양극 사례 — LCO order-disorder 와 2상역 Ω	12
1.5	폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)	12
1.5.1	폭 w_j — 이상 극한과 옵션	13
1.5.2	평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도	13
1.5.3	같은 결과의 분포 관점 — ξ_{eq} 는 평형 점유 확률 분포	14
1.6	LCO 전자(electronic) 엔트로피 — 흑연에 없는 한 항 (양극 고유)	15
1.6.1	전자 엔트로피 닫힌식 — Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 까지	16
1.6.2	부분물 전자 엔트로피와 MIT-logistic 게이트	17
1.7	평형 peak — $ I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	18
1.7.1	양극 사례 — LCO dQ/dV peak 위치	19
1.8	동역학 지연 길이 L_V (N7)	19
1.8.1	지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q	20
1.8.2	켓 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	20
1.8.3	방향별 전달 계수와 유효 장벽	20
1.8.4	L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	21
1.9	인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	22
1.9.1	지수 기억 — 일반해의 이산형	22
1.9.2	peak 모양 — 평형에서 지연을 빼 것	22
1.9.3	★충전 격자 역전 — 인과 방향	23
1.10	합산과 역보간 (N9)	23
1.10.1	staging 전이 초기값 — 피팅 출발점	24
1.10.2	양극 합산 — ΔS_{rxn}^{cat} 분해와 전자 항 plug-in	24
1.10.3	코드 일반화 — MSMR $\leftrightarrow$ Ch1 동형 (H)	25
1.10.4	전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비	26
1.10.5	facade 와 전체 진행 한눈에	26
1.11	부호 사슬 전수 집산	27

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve($V_{\text{app}}, \text{direction}, c_{\text{rate}}, Q_{\text{cell}}, T$) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}} \quad (\text{또는 } I_{\text{abs}} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 종 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p$ ($N_p \approx 3-4$). 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다. 점유율과 진행률은 $\theta_j = 1 - \xi_j$ 로 묶이며(점유 θ 가 $1 \rightarrow 0$ 줄어드는 것이 진행 ξ 가 $0 \rightarrow 1$ 는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

부호 규약(★최우선 결함 클래스). 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1)이 코드의 s 인자이며, 평형 점유 $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ 에서 방전($\sigma_d = +1$)은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화). 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d(\dots)$ 는 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다. 이 규약은 §1.1–§1.10 전건에서 유지되며 §1.11 가 전수 검산한다.

기 호 (코드 식 별 자)	단 위	의 미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d (s, sigma_d)	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
$ I $ (I_abs)	A	전류 크기 = $c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$
Q_{cell} (Q_cell)	C	셀 용량(전하); $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 환산· $ I $ 환산 공용
T (T)	K	온도 — 스칼라(등온) 또는 V_{app} 길이 배열($T(V)$ 비등온)
R_n (Rn)	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app} (V_app)	V	인가(측정) 전위 격자
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·점유(N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$ (U, func_U_j)	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T \Delta S_{\text{rxn}})/F$
$\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$ (dH_rxn, dS_rxn)	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)
n_j (n)	—	폭 다중도($w = n_j RT/F$; w 주면 $n = wF/RT$ 역산)
w_j (func_w/func_w_eff)	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$ (옵션 w^{eff})
$\xi_{\text{eq},j}$ (func_ksi_eq)	—	평형 진행률(logistic)
Q_j (Q)	C	전이 j 용량 가중
C_{bg} (Cbg)	C/V	배경 미분용량(상수 또는 V 함수)
— 히스테리시스 분기(N3) —		
Ω_j (Omega)	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 먼 상분리·히스)
γ_j (gamma)	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)
ΔU_j^{hys} (func_dU_hys)	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$ (h_eta)	—	부분 cycle 인자(기본 1)

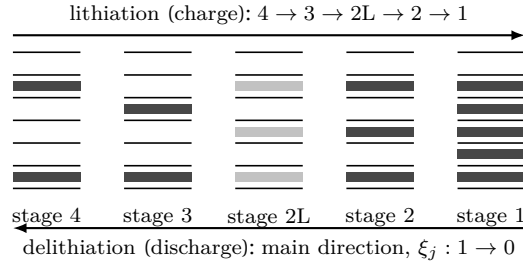


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(v7-11 유래, 그대로 채택). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC₆, 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이며($U \approx 0.21/0.14/0.12/0.085$ V), 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

기호(코드 식별자)	단위	의미
U_j^d (center, func_U_branch)	V	방향별 분기 중심
— 동역학 꼬리($N7$ · $N8$) —		
χ (chi, x)	—	전이상태 분을 위치(전달 계수); 방향별 χ_d
χ_d (func_chi_d)	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}$ (A)	J/mol	꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$ (dH_a, dS_a)	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도)
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ (func_dH_a_eff)	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$ (func_L_q)	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$ (lag_len_V)	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
$ dV/dq _{q_a}$ (dVdq_qa)	V	컷점 OCV 기울기($L_q \rightarrow L_V$ 환산)
z_{cut} (z_cut)	—	컷 affinity의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap} (A_cap_RT)	—	컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged)	—	인과 저역통과된 진행률
— 상수 —		
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, Js	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

흑연 staging의 갤러리 채움을 그림 2에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak를 남기고, 코드의 전이 리스트 GRAPHITE_STAGING_LIT(4건)이 이 네 전이의 초기값이다.

1.1.1 양극 사례 — LCO 전이와 부호 규약

같은 N0 매핑이 양극에도 그대로 선다 — 바뀌는 것은 전이 리스트와 전위 대뿐이다. Li_xCoO₂(LCO) 하프셀의 코어 식별자·방향 부호·폭·용량 가중은 위 표와 동일하며(전극 일반 forward 모델), 전극별로 갈리는 것은 (i) 전이 인덱스가 가리키는 물리(흑연 staging → LCO의 절연체 → 금속 천이·order-disorder 정렬)와 (ii) §1.6의 전자 엔트로피 항이다.

Table 2: 양극 전이 초기값 LCO_STAGING_LIT(3건) — Li_xCoO_2 하프셀 (vs Li), 출발점·피팅 override. 흑연 표 3 와 대칭. U_j tier A(Xia); $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 §1.10 의 분해 (config + vib + 전자)로 닫히는 초기값 (tier=Reynier/Motohashi). T1 은 전자 엔트로피 게이트가 켜지는 전이다 (§1.6).

전이	U_j [V vs Li]	x 범위	성격	비고(엔트로피 성분)
T1 (MIT)	~ 3.90	0.94–0.75	insulator→metal	config+ 전자 게이트 ON (§1.6)
T2 (order-dis. a)	~ 4.05	~ 0.55	hex→monoclinic 정렬	config 주도 ($0.47 \text{ J/K}\cdot\text{mol}@x_{\frac{1}{2}}$)
T3 (order-dis. b)	~ 4.17–4.20	~ 0.48	monoclinic→hex	config ($1.49 \text{ J/K}\cdot\text{mol}@x_{\frac{2}{3}}$); T2 와 한 쌍
(T4 $O3 \rightarrow H1-3$)	~ 4.55	~ 0.2	고전압 상전이	하프셀 $\lesssim 4.2\text{--}4.5 \text{ V}$ 면 범위 밖(옵션)

양극 부호 규약(흑연과 1:1). LCO 도 하프셀 음극 전위가 아니라 양극 반쪽전지 전위 (vs Li/Li⁺)를 쓰며, 값의 대가 흑연 (~ 0.1 V)과 달리 높다 (~ 3.9–4.2 V) — $\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{4+}$ redox 가 흑연의 Li 삽입보다 훨씬 깊은 자리이기 때문이다. 방향 규약은 동일하다: 방전 ($\sigma_d = +1$)은 리튬화(전셀에서 양극이 받는 방향)이나, 본 forward 모델의 “진행률 ξ ”는 전극과 무관하게 전이의 한 방향 진행으로 정의되므로 (흑연은 탈리튬화를 $\xi: 0 \rightarrow 1$ 로 잡았다), LCO 도 같은 부호 기계 $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V-U)/w]$ 를 쓴다. 곧 “V 를 올리면 더 탈리튬화” ($V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$, 방전 규약)가 양극에서도 성립한다 — 전위를 올릴수록 Li 가 더 빠지는 충전 쪽 진행이다. 온도 민감도의 부호 사슬 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 도 식 그대로 양극에 적용되며 (§1.3 의 §1.3.3), 양극에서 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 가 양수(아래 표)면 U_j 가 온도에 따라 올라간다. 이 부호 사슬이 흑연과 한 글자도 다르지 않은 것이 통합 프레임의 출발점이다.

흑연 staging 4건과 대칭으로, LCO 하프셀(코인, $\lesssim 4.2\text{--}4.5 \text{ V}$)의 핵심 전이 3건의 초기값을 LCO_STAGING_LIT 로 둔다(표 2). 흑연 GRAPHITE_STAGING_LIT 와 같은 “문헌값=초기값, 데이터로 피팅” 철학이며 (U_j tier A=Xia; ΔS tier=Reynier[8]/Motohashi[10]), 값의 신뢰 정도(tier)를 함께 표기해 허위 정밀을 피한다.

표 2의 T1–T3 이 흑연 4 전이와 같은 자리에서 forward 루프를 돈다(전이당 $U_j \cdot w_j \cdot Q_j \cdot \Omega_j$). 단 한 가지가 더 붙는다 — T1 의 절연체→금속 천이에서 켜지는 전자 엔트로피 향으로, 이는 §1.6 가 새 향으로도 도입한다. 단전극 $d\phi/dT \approx +0.83 \text{ mV/K}$ ($\approx +80 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)[tier B]가 양극 전체 부호의 sanity(양수)다 — 양극 ΔS 가 평균적으로 양수임과 정합한다.

1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 dqdv 의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이므로 한 방향(방전)에서

$$V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.2)$$

로 적는다 — 방전 ($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다 ($V_{\text{app}} > V_n$). 충전 ($\sigma_d = -1$)은 부호가 반대다. (b) 연산 — V_n 으로

이항. 식 (1.2) 을 V_n 에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.3)$$

(c) 두 방향을 한 식으로. σ_d 가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.3) 가 곧 박스다:

$$\boxed{V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n.} \quad (1.4)$$

이것이 코드의 $V_n = V_{\text{in}} - \text{sigma_d} * I_{\text{abs}} * \text{self.Rn}$ 한 줄이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{\text{app}} - |I|R_n < V_{\text{app}}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{\text{app}} + |I|R_n > V_{\text{app}}$ — 이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{\text{app}}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은 V_n 을 직접 쓰지 않고, V_n 의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자 V_{work} 위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리 (§1.9)가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다. $v_{\text{lo}} = \min V_n, v_{\text{hi}} = \max V_n, \Delta v = v_{\text{hi}} - v_{\text{lo}}$ 로

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\text{lo}} - p_{\text{lo}} \Delta v, v_{\text{hi}} + p_{\text{hi}} \Delta v, n_{\text{work}}), \quad \Delta_{\text{grid}} = V_{\text{work},1} - V_{\text{work},0}, \quad (1.5)$$

패딩 $p_{\text{lo}} = p_{\text{hi}} = 0.15$, 점 수 $n_{\text{work}} = \max(2048, 2|V_n|)$ 이다(코드 `grid_pad_lo/hi, n_work_min`). 온도가 배열 $T(V)$ 이면 같은 격자 위로 보간해 T_{work} 를 얻고($T_{\text{rep}} = \overline{T_{\text{work}}}$ 는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면 $T_{\text{work}} \equiv T$ 다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 잘린다: $dQ/dV|_{\text{work}} \leftarrow C_{\text{bg}}(V_{\text{work}})$. 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막에 V_n 으로 역보간된다.

핵심. 세 전위. V_{app} (측정)· V_n (내부, 식 (1.4))· V_{work} (계산 격자, 식 (1.5))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고, 출력만 V_n 으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 으로 들어간다. 그 식이 어디서 오는지를 보이려면 먼저 평형을 판정하는 자유에너지 언어가 필요하므로, 다음 절은 $G \rightarrow \mu \rightarrow$ 평형 조건의 다리부터 놓는다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 코드는 이를 열역학 입력 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$ 에서 `func_u_j` 로 계산하거나(없으면) 'u' 를 직접 읽는다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 달는다.

1.3.1 G, μ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.6)$$

이고(H 항과 $-TS$ 항이 경쟁하며 온도가 그 환율을 정한다), 입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜 이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.7)$$

두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. **(b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형.** 리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나들므로 각 종의 값어치에 전기 일 $zF\phi$ (1몰)가 더해진 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$ 가 균형을 이룬다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형 조건 $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$, 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.8)$$

에서, 전자 항이 $z = -1$ 이라 측정 전위 V 를 통해 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ 로 들어온다. **(c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수.** 좌변에서 $-FV$ 만 전위 의존이고 나머지 (Li^+ 활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진 T 에서 상수이므로, 그 상수 덩이를 sFU 로 정의해 ($s = +1$ 라 $-FV = -sFV$) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.9)$$

형태가 된다 (s 는 방전 규약 $+1$; U 는 비배치 묶 자유에너지의 전위 환산). **(d) 부호 핵심.** $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$ 가 양이면 $\Delta G_j < 0$, 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한 V 상승(전자 값어치 하락) $\Rightarrow$ 평형 점유율 하강, 곧 “ V 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다 (§1.5 의 logistic 부호로 회수).

1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 묶은 반응 자유에너지 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 다. **(b) 연산 — 식 (1.9) 의 $\Delta G_j = -sFU_j$ ($s = +1$)에 대입.** **(c) 중간식 — U_j 로 이항.**

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \quad \Rightarrow \quad U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.10)$$

(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.11)$$

이것이 $\text{func_U_j}(T, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ 의 $(-dH_{\text{rxn}} + T*dS_{\text{rxn}})/F$ 다. 부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.11) 를 T 로 미분한 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 이고(Gibbs 항등식 $\partial \Delta G / \partial T = -\Delta S$ 와 식 (1.9) 의 $\Delta G = -FU$ 를 잇는 것과 같다), $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim \text{수} \sim \text{수십 J}/(\text{mol K})$ 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다. 코드가 배열 T_{work} 를 그대로 넣으므로 U_j 는 비등온이면 격자별 배열로 나온다.

코드 대응. `N2. if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: U_j = func_U_j(T_work, dH_rxn, dS_rxn)` — 배열 T_{work} 대응. 없으면 `U_j = float(tr['U'])` 직접. GRAPHITE_STAGING_LIT 의 `stage 2→1` 은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K}) \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

1.3.3 양극 사례 — LCO 중심 $U_j(T)$ 와 온도 부호

식 (1.11) 의 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 는 전극에 무관하게 유도됐다 — 식 (1.9) 의 평형 조건 $\Delta G_j = -sFU_j$ 와 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 만 썼고, 어디에도 “흑연”이 들어가지 않았다. 따라서 LCO 양극도 같은 식으로 중심을 얻는다 — 바뀌는 것은 입력 ($\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$) 의 값과, 그것이 환산하는 전위 대뿐이다. 양극에서 $U_j \sim 3.9\text{--}4.2 \text{ V}$ 이려면 식 (1.11) 의 분자 $-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 가 $\sim 4F \approx 3.9 \times 10^5 \text{ J/mol}$ 규모로 양(陽)이어야 하므로, LCO 전이의 삽입 반응 엔탈피는 흑연

($\Delta H_{\text{rxn}} \sim -13 \text{ kJ/mol}$)보다 훨씬 깊은 발열($\Delta H_{\text{rxn}} \sim -4 \times 10^5 \text{ J/mol}$ 규모)이다 — $\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{4+}$ redox 가 그만큼 깊은 자리라는 물리와 정합한다(절대값 ΔH_f 의 anchor는 OCV plateau로 보정 — §1.10의 꺾 G5).

온도 부호 사슬 — 흑연과 1:1. 온도 의존도 식 그대로다: 식 (1.11)를 T 로 미분하면

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (\text{전극 무관 — Gibbs 항등식 } \partial \Delta G / \partial T = -\Delta S \text{ 와 } \Delta G = -FU \text{ 를 잇는다}), \quad (1.12)$$

이며 흑연에서 쓴 것과 한 글자도 다르지 않다(흑연은 §1.3 본문이 이 미분을 이미 적었다 — 여기서는 그 같은 관계가 양극에도 성립함을 명시할 뿐, 재유도가 아니다). 부호의 결과만 전극별로 같린다 — LCO T1(MIT)·T2·T3의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 초기값은 양극에서 양수 경향이라(config와 전자 항이 양으로 더해짐, §1.10의 분해; 단전극 $d\phi/dT \approx +0.83 \text{ mV/K}$ [tier B]와 정합), 식 (1.12)로 $\partial U_j / \partial T > 0$ — 곧 LCO 전이 중심은 온도가 오르면 올라간다. 흑연은 stage $4 \rightarrow 3$ ($\Delta S_{\text{rxn}} = +29$)이 양, stage $2 \rightarrow 1$ ($\Delta S_{\text{rxn}} = -16$)이 음으로 섞여 있던 데 비해, LCO 핵심 전이는 전자 항이 더해져 양 쪽으로 쏠린다. 이 한 부호 차이가 다운도 dQ/dV 피팅에서 양극 peak가 흑연과 반대로 이동할 수 있는 이유다.

전자 항의 자리 — 미리보기. 식 (1.12)의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 §1.10에서 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} = \Delta S_j^{\text{config}} + \Delta S_j^{\text{vib}} + \Delta S_e(x, T)$ 로 분해되는데, 마지막 항 ΔS_e 가 LCO 고유의 전자 엔트로피다 — 흑연엔 없는 항으로, §1.6가 Fermi-Dirac 분포에서 새로 유도한다. 그 항이 온도에 선형($\Delta S_e \propto T$)이라, T1 부근에서는 $\partial U_j / \partial T$ 자체가 온도에 의존하는(곧 $U_j(T)$ 가 T 의 1차가 아닌) 미세 비선형이 생긴다 — 이 점은 §1.6에서 정량화한다.

코드 대응. N2 (양극). 같은 func_U_j(T_work, dH_rxn, dS_rxn) 호출, 입력만 LCO_STAGING_LIT(표 2)로 교체. 코드 변경 0 — 전이 dict의 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 값(또는 'U' 폴백)이 양극 대로 바뀔 뿐이다. 전자 항은 N2가 아니라 §1.6에서 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 에 더해 plug-in 한다.

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.7)의 μ 에 상호작용 뭉이 들어가 평형이 비틀리는 데서 온다.

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심 U_j 를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 옮긴다. 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삽입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원[5]). 이 절은 그 gap의 닫힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal을 거쳐 단계적으로 유도한다.

1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 뭉

(a) 출발 — 격자기체 μ . 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율 θ 의 화학 퍼텐셜은 섞임 엔트로피의 로그 뭉과 정규용액 상호작용 뭉의 합이다. 섞임 뭉은 N 자리에서 $n = N\theta$ 를 고르는 경우의 수 $W = N!/[n!(N-n)!]$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용해 $S_{\text{mix}} = -k_B N[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]$ 로 닫히고, 상호작용 뭉은 점유 이웃 쌍의 평균장 초과 에너지 $c\theta^2 = c\theta + \Omega\theta(1-\theta)$ ($\Omega \equiv -c$, 선형 뭉은 기준에 흡수)에서 온다. 자리 1몰당 자유에너지 $\bar{g}(\theta) = \mu^0\theta + RT[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega\theta(1-\theta)$ 를 θ 로 미분하면(로그 뭉은 $RT \ln[\theta/(1-\theta)]$, 상호작용 뭉은 $\Omega(1-2\theta)$ — 상수 ± 1 상쇄)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega_j(1-2\theta). \quad (1.13)$$

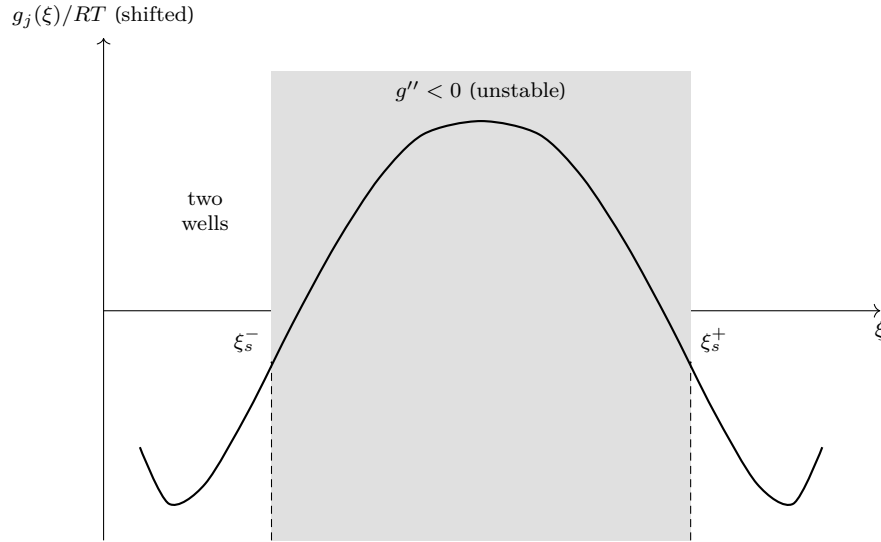


Figure 3: 격자기체 자유에너지 $g_j(\xi)$ (식 (1.14), $\Omega_j = 3RT$; 신규 그림). $\Omega > 2RT$ 면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 때 ($g'' < 0$, 식 (1.15))가 변곡점 $\xi_s^\pm$ (spinodal, 식 (1.16)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡률 부호 전환이 §1.4의 비단조 전위 곡선과 분기 gap 을 낳는다.

(b) 연산 — 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로. 자유에너지를 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 옮기면, 1차(직선) 몫과 상수는 공통 접선 판정에 불변이라 떼어내고(g_j^0 으로 묶어) 조성 의존만 남긴다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi), \quad (1.14)$$

($\Omega > 0$ 이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 씨앗). (c) 중간식 — 두 번 미분. 식 (1.14) 를 두 번 ξ 로 미분하면(로그 몫의 1계 미분 $RT \ln[\xi/(1 - \xi)]$, 2계 미분 $RT/[\xi(1 - \xi)]$; 상호작용 몫의 2계 미분 -2Ω)

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.15)$$

(d) spinodal — $g_j'' = 0$ 의 근. $g_j'' = 0$ 은 $\xi(1 - \xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.16)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며($g'' < 0$ 구간이 생겨 한 전위에 여러 ξ — 그림 3), $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 if `Omega <= 2RT: return 0.0` 이다.

1.4.2 gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.9)($\mu = \mu^0 - sF(V - U)$, 배치 몫 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.14) 의 1계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다($g_j'(\xi) = RT \ln[\xi/(1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi) = sF(V_{eq} - U_j)$). 이를 V_{eq} 로 풀면

$$V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1 - 2\xi), \quad (1.17)$$

이고 $\Omega_j > 2RT$ 면 비단조다 — 방전은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로(전위 곡선의 극값이 $dV_{eq}/d\xi = g_j''/sF = 0$, 곧 spinodal 과 같은 점 — 그림 4),

두 극값의 전위 차가 분기 gap 의 spinodal 상한이다. **(b) 연산 — spinodal 값 대입.** 식 (1.16) 의 $\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.17) 의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와 $(1 - 2\xi)$ 인자가 두 끝점에서 각각

$$\left. \frac{\xi}{1 - \xi} \right|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1 - 2\xi)|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \mp u_j \quad (1.18)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. **(c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기.** 극값 차를 적으면 상수항 U_j 가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1 - u_j}{1 + u_j} - \ln \frac{1 + u_j}{1 - u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \text{artanh } u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.19)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라 $\ln[(1 - u)/(1 + u)] - \ln[(1 + u)/(1 - u)] = -2 \ln[(1 + u)/(1 - u)] = -4 \text{artanh } u$, $\text{artanh } u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 사용). **(d) 박스 — $s = +1$ 정리.**

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \text{artanh } u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.20)$$

이것이 `func_dU_hys(T, Omega)` 의 $(2/F) * (\text{Omega} * u - 2 * R * T * \text{arctanh}(u))$ 이며, $\Omega \leq 2RT$ 면 0 을 반환한다(제곱근 NaN 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$ 이라 Taylor 전개($\text{artanh } u = u + u^3/3 + \dots$)로 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u_j^3 \rightarrow 0$ 으로 연속이다($u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$, $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ — 임계온도에서 매끄럽게 소멸).

1.4.3 방향별 분기 중심 U_j^d

(a) 출발 — 두 spinodal 끝점의 평균. 식 (1.18) 의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 몫 합 $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$ 과 $(1 - 2\xi)$ 몫 합 $u + (-u) = 0$ 이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.21)$$

— 분기는 U_j 대칭이다. **(b)(c) 한 자유도로.** 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면(축소 인자 γ_j 와 부분 cycle 인자 $h_{\eta,j}$ 를 곱해)

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.22)$$

이것이 `func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 의 $U_j + 0.5 * \text{sigma}_d * h_{\eta} * \text{gamma} * \text{func}_dU_{\text{hys}}(T, \text{Omega})$ 다. **(d) 부호.** 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치). $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스 소멸, $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정(기본 1)이다.

코드는 전이당 상수인 분기 shift 만 필요하므로, 식 (1.22) 의 U_j 자리에 0 을 넣어 shift 분 `hys_shift = func_U_branch(T_rep, 0, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 을 얻고, 배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.23)$$

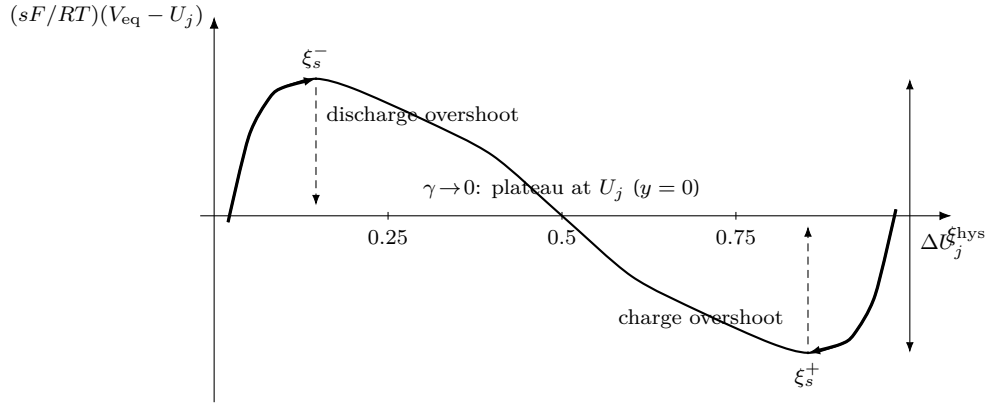


Figure 4: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 (1.17), $\Omega_j = 4RT$)와 과주행(v7-11 유래). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지, 충전(우하)은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (1.20)), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (1.22)). $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계에서 두 경로가 $y = 0$ plateau 로 합쳐진다.

이 center 가 다음 절 평형 점유 ξ_{eq} 의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9 의 꼬리 방향)뿐이다.

1.4.4 양극 사례 — LCO order-disorder 와 2상역 Ω

§1.4 의 정규용액 틀($\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫 $\Omega(1 - 2\theta)$, spinodal $\Omega > 2RT$, gap 식 (1.20))은 “동등한 자리의 점유 이웃 상호작용”만 가정했을 뿐 전극 종을 가정하지 않았다 — 따라서 LCO 의 상전이라도 같은 Ω 언어로 들어온다. 바뀌는 것은 Ω_j 가 가리키는 물리적 정렬 기제다.

- **T2·T3 — Li/공공(vacancy) order-disorder.** $x \approx 0.5$ 부근에서 LCO 는 hexagonal $\leftrightarrow$ monoclinic 초격자 정렬(Li 와 공공이 줄무늬로 분리)을 거친다. 이 정렬은 “동종 이웃 인력”($\Omega_j > 0$)이 한 조성 근방에서 2상역을 여는 식 (1.15)·(1.16) 와 정확히 같은 구조다 — $\Omega_j > 2RT$ 면 spinodal 이 열려 좁은 2상 plateau 와 히스테리시스를 낳고, 그 gap 이 식 (1.20) 로 닫힌다. T2·T3 은 한 쌍의 order-disorder 천이라 dQ/dV 에서 인접 봉우리 쌍으로 나타난다.
- **T1 — 절연체 $\rightarrow$ 금속(MIT) 2상역.** $x \approx 0.75-0.94$ 의 천이는 전자적 2상 공존(절연 상 + 금속 상)으로, 조성-자유에너지에도 비단조성(공통 접선)을 준다 — 곧 형식상으로는 같은 $\Omega > 2RT$ 격자기체 2상역으로 모형화된다(코드 구조 불변). 단 그 2상역의 엔트로피에는 흑연에 없는 전하 향이 더해지는데(아래 §1.6), 정렬(히스/분기)의 형태는 여전히 식 (1.20)·(1.22) 가 답는다.

요컨대 N3 코드는 한 줄도 바뀌지 않는다 — LCO 전이 dict 에 Ω_j (2상역 폭)와 γ_j (분기 축소)를 양극 값으로 주면, 같은 func_dU_hys·func_U_branch 가 양극 히스테리시스를 낸다. 도핑(Al^{3+}/Mg^{2+} , 비-redox)은 이 상전이들을 억제하므로(정렬 교란), 우리 시료에서는 Ω_j 를 낮춰 폭을 넓히고 peak 를 smear 하는 방향으로 피팅된다(pure-LCO Ω = 초기값, shift·폭은 우리 데이터 — 꺾 G4). ΔS 의 양(전자 2상역의 엔트로피 크기)은 N3 가 아니라 §1.6·§1.10 가 담당한다.

1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭 w_j 와 평형 점유 $\xi_{eq,j}$ 를 평가한다. 이 둘이 평형 종(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 평형 등온선은 §1.3 의 평형 조건을 정·역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫히는데, 그 회수가 이 절의 핵심 유도다 — 먼저 폭을 세운 뒤 logistic 을 detailed balance 에서 끌어 낸다.

1.5.1 폭 w_j — 이상 극한과 옵션

평형 점유의 폭 척도는 이상 극한에서 $w_j = n_j RT/F$ 다(n_j 는 폭 다중도): 아래 §1.5 logistic 유도의 중심 기울기 $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$ 가 폭 척도 RT/F 를 정의하고, 폭 다중도 n_j 로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.24)$$

코드 `func_w(T, n)` 의 $n \cdot R \cdot T / F$ 가 이것이고, 전이 `dict` 가 'w' 를 직접 주면 $n_j = w_j F / (RT)$ 로 역산해 (`_n_factor`) 같은 식에 넣는다. 상호작용이 종을 좁히는 옵션 유효 폭은, 비단조 등온선 (1.17) 의 중심 기울기를 이상 logistic 의 중심 기울기와 같다고 둔 데서 온다 — $sF dV_{eq}/d\xi|_{1/2} = 4RT - 2\Omega_j$ 와 $4Fw_j^{\text{eff}}$ 를 같다고 풀면(s 부호는 양변 공통이라 생략)

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right), \quad (1.25)$$

이때 $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 0 으로 가므로 코드는 `floor_frac \cdot RT/F` 하한으로 클립한다(`func_w_eff`, 기본 `w_eff_floor_frac = 0.05`). 이 좁힘은 명시적으로 `use_w_eff` 를 켜 때만 적용되고, 기본은 $w_j = n_j RT/F$ 다(`_width`).

1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도

(a) 출발 — Eyring 속도식과 비대칭 장벽. 활성화 장벽 ΔG_a 이상을 갖출 확률은 Boltzmann 분포 $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 이고, 전이상태 이론의 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 를 곱하면 Eyring 속도식 $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$ 다(그림 5)[4]. 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 가 정·역 장벽을 비대칭 이동시켜(분율 위치 χ — 비평형 열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해 [3]), 자리당 정·역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.26)$$

(b) 연산 — 비를 취해 detailed balance. 두 속도의 비를 취하면 $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 약분되고 지수의 χ 가 상쇄되어($\chi \mathcal{A} + (1-\chi)\mathcal{A} = \mathcal{A}$)

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi \mathcal{A}_j + (1-\chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.27)$$

— 평형비가 χ 와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다($\chi + (1-\chi) = 1$ 합-1 제약이 강제된 결과). 운동 방정식은 정방향인 찬 자리($1-\xi$)에서, 역방향인 빈 자리(ξ)에서 출발하므로 $d\xi/dt = r^+(1-\xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)(k_j \equiv r^+ + r^-)$. (c) 중간식 — 정지점에서 logit. 정지점 $d\xi/dt = 0$ 에서 $r^+(1-\xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$ (정·역 플럭스의 교점 — 그림 6), 곧 비 식 (1.27) 로

$$\frac{\xi_{eq}}{1-\xi_{eq}} = e^{\mathcal{A}_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.28)$$

(둘째 식은 분모·분자를 $e^{\mathcal{A}/RT}$ 로 나눈 것). (d) 박스 — 폭 다중도·방향 부호 일반화. 폭 척도 $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.24))로 묶고 방향 부호 σ_d 와 분기 중심 U_j^d 로 일반화하면

$$\boxed{\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp\left[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j\right]}}. \quad (1.29)$$

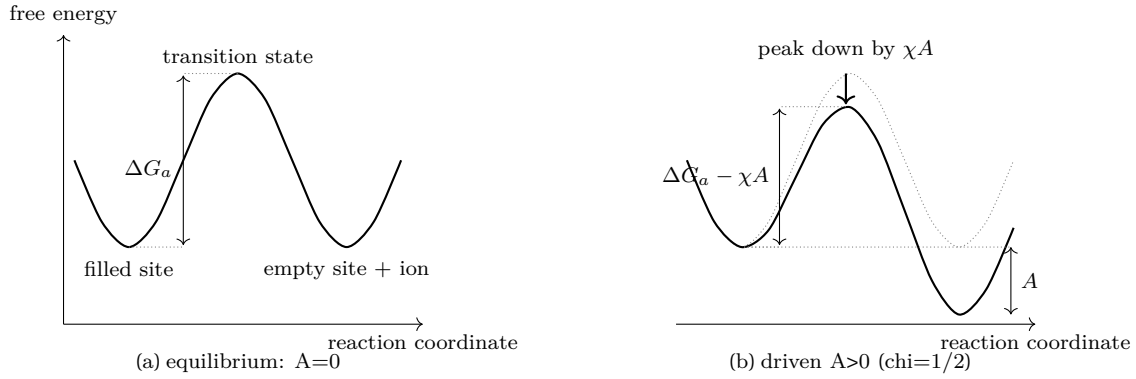


Figure 5: 활성화 장벽 그림 (신규). (a) 평형 — 두 골짜기 같은 높이, 속도는 Eyring 식. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 도착 골짜기를 내리면 정방향 장벽 $\Delta G_a - \chi\mathcal{A}$, 역방향 $\Delta G_a + (1 - \chi)\mathcal{A}$ 로 비대칭 이동 (식 (1.26); 두 속도의 비가 식 (1.27) detailed balance). 점선은 (a). 온도는 분모 RT 로 진입. 이 그림이 식 (1.29) logistic 과 §1.8의 L_q 두 결과의 공통 출발점이다.

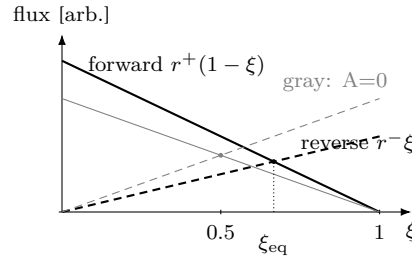


Figure 6: 정지점 유도 (신규). 정방향 플럭스 $r^+(1 - \xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점이 정지점 ξ_{eq} (식 (1.28)). $\mathcal{A} > 0$ ($r^+ = 2r^-$, 검정)이면 $\xi_{eq} = 2/3$, $\mathcal{A} = 0$ (회색)이면 $\frac{1}{2}$ — detailed balance(식 (1.27))가 평형을 정한다.

열역학은 detailed balance (1.27) 한 곳으로만 들어왔다 — logistic 은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 $\text{func_ksi_eq}(T, V_n, U, n, s)$ 의 $z = \sigma_d(V_{\text{work}} - U_j^d)/w_j$ (꼭은 $\text{func_w}(T, n)$)이며, 코드는 오버플로 방지를 위해 $z \geq 0$ 과 $z < 0$ 을 갈라 평가한다($\text{np.where}(z \geq 0, 1/(1+e^{-z}), e^z/(1+e^z))$) — 수학적으로 동일). 여기서 평가 전위는 내부 전위 V_n 이 아니라 §1.2의 작업 격자 V_{work} 다 — 코드 호출 $\text{func_ksi_eq}(T_{\text{work}}, V_{\text{work}}, \text{center}, n_j, \text{sigma}_d)$ 에서 함수의 V_n 인자 자리에 V_{work} 가 들어간다(평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고 출력만 V_n 으로 역보간하는 규약, 식 (1.5)). 호출 시 중심 U_j^d 는 식 (1.23)의 center(분기 있으면 분기 중심, 없으면 U_j)다.

부호 검산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 느다(규약 일치). 충전 $\sigma_d = -1$: $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$. 극한 — $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전), $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심). $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$.

1.5.3 같은 결과의 분포 관점 — ξ_{eq} 는 평형 점유 확률 분포

앞서 logistic 평형은 두 길로 닿았다 — (i) 운동학적으로 식 (1.27)의 detailed balance 정지점 (§1.5), (ii) 열역학적으로 자유에너지 최소 $g'_j(\xi) = sF(V_{eq} - U)$ (식 (1.17), §1.4). 이 둘이 같은 ξ_{eq} 를 주는 것은 우연이 아니다 — 둘 다 하나의 평형 점유 확률 분포의 그림자다. 이 소절은 그 분포를 명시해 두 경로를 한 언어로 묶고, LCO 전자 엔트로피 (§1.6의 Fermi–Dirac)와 Ch2의 분포 전개로 가는 다리를 놓는다. (결과식·부호·코드는 불변 — 유도 관점만 추가한다.)

(a) 출발 — 단일 자리의 대정준 점유. 한 전이의 한 자리는 “비어 있음”(0)과 “리튬 점유”(1) 두 상태만 갖는 2준위계다. 리튬 저장조와 입자를 교환하는 대정준 앙상블에서 이 한 자리의 분배함수는, 빈

상태 에너지를 기준(0)으로 잡고 점유 상태의 초과 자유에너지를 $\Delta\mu_j \equiv \mu_{\text{Li}}^{\text{site}} - \mu_{\text{Li}}^{\text{res}}$ 로 쓰면

$$Z_j = 1 + e^{-\beta \Delta\mu_j}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T} \quad (1.30)$$

이다(두 항 = 빈·참 두 상태의 Boltzmann 가중). (b) 연산 — 평균 점유. 점유 확률(평균 점유)은 참 상태 가중을 Z_j 로 나눈 것이고

$$\langle n_j \rangle = \frac{e^{-\beta \Delta\mu_j}}{1 + e^{-\beta \Delta\mu_j}} = \frac{1}{1 + e^{+\beta \Delta\mu_j}} \quad (1.31)$$

— 곧 Fermi 함수 꼴이다(분모·분자를 $e^{-\beta \Delta\mu}$ 로 나눈 둘째 꼴). (c) 중간식 — 전기화학 구동력과 연결. 자리 초과 퍼텐셜 $\Delta\mu_j$ 는 “리튬을 자리에 잡아두는 비용”(저장조 대비)이라, 평형 조건 식 (1.9) ($\mu_{\text{Li}} = \mu^0 - sF(V - U)$)에서 전위를 올릴수록 자리의 Li 가 덜 안정해지므로 $\Delta\mu_j = +sF(V - U_j)$ ($\Omega = 0$ 이상 극한 — 전위가 오르면 비용 증가, 점유 감소)이다. 이를 식 (1.31) 에 넣으면 점유율 $\theta_{\text{eq}} = \langle n_j \rangle = [1 + e^{+sF(V-U_j)/RT}]^{-1}$ 이고, 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 의 부호 약속으로 옮기면 $\xi_{\text{eq}} = 1 - \theta_{\text{eq}} = [1 + e^{-sF(V-U_j)/RT}]^{-1}$ — 정확히 식 (1.28)·(1.29) 의 logistic 이다($RT = N_A k_B T$, 자리당 → 몰당 환산; 高 $V \Rightarrow \theta \downarrow$, 곧 $\xi \uparrow$ 탈리튬화로 §1.5 signbox 와 부호 일치). (d) 핵심 — 세 그림이 한 분포. 따라서

$$\xi_{\text{eq},j} = \text{평형 점유 확률 분포} = \underbrace{\text{detailed balance 정지점}}_{\text{(i) 운동학}} = \underbrace{\text{자유에너지 최소}}_{\text{(ii) 열역학}} = \underbrace{Z_j = 1 + e^{-\beta \Delta\mu_j} \text{의 Fermi 점유}}_{\text{(iii) 분포}} \quad (1.32)$$

세 유도가 같은 분포의 세 얼굴이다 — 운동학은 그 분포로 이완하는 동역학, 열역학은 그 분포를 최소화가 고르는 변분, 분포 관점은 그 분포를 직접 센 것이다.

(e) 상호작용이 있을 때 — 평균장 Fermi. $\Omega \neq 0$ 이면 평형 조건 $\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 - sF(V - U)$ (식 (1.9)) 에 격자기체 μ 식 (1.13) ($\mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega(1-2\theta)$) 를 넣고 θ 로 풀면, 자기무모순(self-consistent) Fermi 점유 $\theta = [1 + e^{+sF(V-U_j)+\Omega_j(1-2\theta)/RT}]^{-1}$ 가 된다 — 지수 안에 점유 θ 자신이 들어가는 것이 평균장의 핵심이다. 이 자기무모순성이 바로 §1.4 의 비단조 등온선 (1.17)·이중웰을 낳는다(한 V 에 해 여럿 = 상분리). 곧 히스테리시스는 “Fermi 점유 분포가 평균장에서 다중해를 갖는 것”으로 다시 읽힌다.

왜 이 분포 프레이밍이 LCO 로 가는 다리인가. 식 (1.30)–(1.31) 의 “2준위 자리의 Fermi 점유”는 §1.6 의 전도 전자 Fermi–Dirac 점유 $f(E) = [1 + e^{\beta(E-E_F)}]^{-1}$ 와 같은 수학 대상이다 — 전자는 “에너지 E 의 한 상태”를, 격자기체는 “조성 자리 하나”를 채우는 차이뿐, 둘 다 $1/(1 + e^{\beta \cdot \text{초과퍼텐셜}})$ 점유다. 흑연 forward 모델이 이온 점유 분포로 dQ/dV 를 닫았다면, LCO 의 전자 엔트로피는 전자 점유 분포로 한 항을 더한다 — 같은 “점유 분포” 언어로. 이 평행(parallel)이 §1.6 의 Sommerfeld 유도를 자연스럽게 만든다(분포 → 엔트로피 $-k_B \sum p \ln p$ 전개는 Ch2 의 본격 전개이며, 여기서는 그 입구만 연다).

그림 7 가 ξ_{eq} 와 그 미분(다음 절의 중)을 함께 보인다. 다음 절은 이 중이 평형 peak 임을 닫는다.

1.6 LCO 전자(electronic) 엔트로피 — 흑연에 없는 한 항 (양극 고유)

지금까지 forward 모델은 이온 점유 분포 하나로 닫혔다 — 흑연은 그것으로 충분하다. 그러나 LCO 에는 흑연에 없는 성분이 하나 더 있다. 탈리튬화가 진행되면($x \downarrow$) LCO 는 절연체에서 금속으로 천이하고(metal–insulator transition, MIT), 그 순간 전도 전자가 생긴다 — 그 전자 기체가 엔트로피에 기여한다. 흑연은 (반)금속적 전도성이 조성에 따라 거의 변하지 않아 이 항이 사실상 0 이지만(전자 자유도가 커졌다 꺼졌다 하지 않는다), LCO 는 MIT 가 이 항을 켜고 끈다. 이 한 항의 유무가 두 전극을 한 장에서 설명하는 교육적 핵심이며, 이 절은 그 항을 §1.5.3 의 분포 언어에서 이어받아

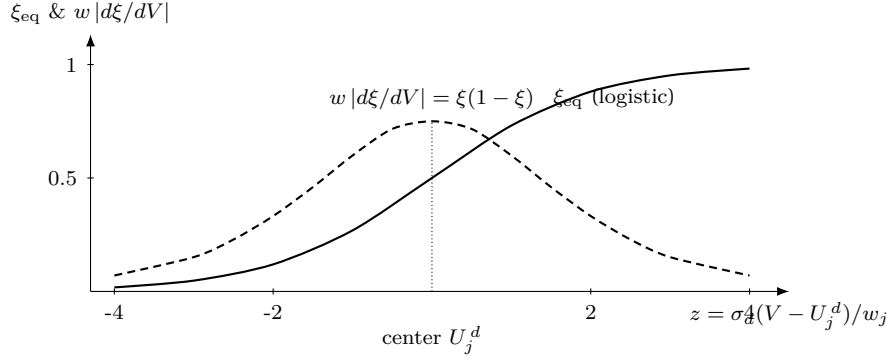


Figure 7: 평형 점유와 그 미분(v7-11 유래). 실선 = ξ_{eq} logistic(식 (1.29)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분 $w_j|d\xi_{\text{eq}}/dV| = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) - z = 0$ (중심 U_j^d)에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양. 이 종의 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

Fermi-Dirac 분포 → Sommerfeld 전개 → 부분물 향으로 한 단계씩 유도한다.

1.6.1 전자 엔트로피 닫힌식 — Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 까지

(a) 출발 — 전도 전자의 Fermi-Dirac 점유. 금속 상의 전도 전자는 에너지 E 의 한 상태를 점유 확률

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{\beta(E-E_F)}}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T} \quad (1.33)$$

로 채운다(§1.5.3의 2준위 Fermi 점유 식 (1.31)와 같은 꼴 — “자리”가 “에너지 상태”로, “초과 퍼텐셜”이 $E - E_F$ 로 바뀌었을 뿐이다). 자리당 상태밀도를 $g(E)$ 라 하면 한 자리당 전자 엔트로피는, 각 상태가 독립 2준위(점유 확률 f)임을 써서 정보 엔트로피 합으로

$$S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] dE \quad (1.34)$$

이다(이것이 §1.4의 섞임 엔트로피 $-k_B[\theta \ln \theta + \dots]$ 와 같은 형태 — 그곳은 조성 자리, 여기는 에너지 상태 위의 합이다). (b) 연산 — Sommerfeld 전개. $k_B T \ll E_F$ (상온에서 금속은 $E_F \sim \text{eV} \gg k_B T \sim 25 \text{ meV}$)인 축퇴 극한에서, 피적분 함수 $-[f \ln f + (1-f) \ln(1-f)]$ 는 $E = E_F$ 근방 폭 $\sim k_B T$ 의 좁은 창에만 값을 갖는다(깊은 점유 $f \rightarrow 1$. 빈 상태 $f \rightarrow 0$ 양쪽에서 0). 이 창 안에서 $g(E)$ 를 $g(E_F)$ 로 두고(g 가 $k_B T$ 폭에서 거의 상수) 무차원 변수 $u = \beta(E - E_F)$ 로 바꾸면 $dE = k_B T du$ 이고 $f = 1/(1 + e^u)$ 라

$$S_e \simeq -k_B g(E_F) k_B T \int_{-\infty}^{\infty} [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] du. \quad (1.35)$$

(c) 중간식 — 표준 정적분. 괄호 안 $-[f \ln f + (1-f) \ln(1-f)]$ 는 u 의 우함수이고, 그 정적분은 표준 결과

$$-\int_{-\infty}^{\infty} [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] du = \frac{\pi^2}{3} \quad (1.36)$$

이다(부분적분으로 $\int u (-df/du) du = \int \frac{u e^u}{(1+e^u)^2} du$ 로 바꾼 뒤, 이 적분이 $2 \int_0^{\infty} \frac{u}{e^u + 1} du = 2 \cdot \frac{\pi^2}{12} = \frac{\pi^2}{6}$ 의 두 배 기여로 $\pi^2/3$ 가 되는 Fermi 적분 $\int_0^{\infty} \frac{u}{(e^u + 1)} du = \pi^2/12$ — Sommerfeld 보조정리의 1차 계수). (d) 박스 — 전자 엔트로피. 식 (1.36)를 식 (1.35)에 넣으면 자리당 전자 엔트로피가 닫힌다:

$$S_e(T, x) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x). \quad (1.37)$$

이것이 축퇴 전자기체의 표준 Sommerfeld 결과다(tier A; Reynier[8]·Motohashi[10] 가 LCO 에 적용).
핵심 — $\propto T$. 다른 모든 엔트로피 항(config.vib 의 상수 ΔS_{rxn})과 달리, 전자 항은 온도에 선형이다
 — Fermi 창 의 폭 자체가 $\sim k_B T$ 라 점유 흐름이 온도에 비례하기 때문이다. 곧 식 (1.12) 의 $\partial U_j / \partial T$ 에 들어가는 전자 기여는 그 자체가 T 함수라($\propto T$), $U_j(T)$ 가 T 의 순수 1차에서 살짝 휘는 비선형을 T1 부근에 남긴다. 이 점은 Ch2 의 가역 발열($T dS/dT$)로 확장할 때 결정적이다.

1.6.2 부분물 전자 엔트로피와 MIT-logistic 게이트

forward 모델이 쓰는 양은 “Li 1몰 제거(또는 삽입)당” 엔트로피 변화, 곧 부분물 양이다. **(a) 출발·연산** — x 미분. 식 (1.37) 를 조성 x 로 미분하면(자리당 S_e 의 조성 변화율)

$$\Delta S_e(x, T) = \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x}, \quad (1.38)$$

이고 — 전자 항이 forward 모델에 들어오는 한 줄이다. **(b) 모델 가정** — $g(E_F, x)$ 의 MIT 게이트. 문제는 1차 문헌에 $g(E_F, x)$ 의 연속 정량 곡선이 없다는 것이다(Motohashi 는 완전 탈리튬 CoO₂ 의 $g(E_F) \approx 13$ eV 단일 anchor 와 정성 추세만 준다; 이 껍이 G2). Ch1 의 “문헌값=초기값, 데이터로 피팅” 철학을 그대로 적용해, MIT 를 *logistic* 게이트로 근사한다 — 곧 흑연 전이에서 쓴 것과 같은 σ 함수다:

$$g(E_F, x) \approx g_{\text{max}} \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad (1.39)$$

초기값(피팅 대상): $g_{\text{max}} = 13$ eV, $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$, $\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05$ (MIT 발현 2상역 $x \approx 0.75$ – 0.94 [Reimers[11]·Ménétrier[9]] 를 게이트 중심±쪽으로 흡수). x 가 x_{MIT} 아래로 내려가면($\sigma \rightarrow 0$) $g \rightarrow g_{\text{max}}$ 로 켜지고, 위($\sigma \rightarrow 1$)면 $g \rightarrow 0$ 로 꺼진다 — 절연체($g=0$)→금속($g=g_{\text{max}}$) 천이를 매끄럽게 모형화한다(그림 8 실선). *step* 대신 *logistic* 을 쓰는 이유는 흑연 전이와 같다 — 매끄러운 $\partial U_j / \partial T$ (꺾침 가중과 일관)와 결합농도에 따른 발현 x 분산을 폭 Δx_{MIT} 로 흡수하기 위함이다. **(c) 중간식** — 게이트의 미분. 식 (1.39) 를 x 로 미분하면(logistic 미분 항등식 $\sigma' = \sigma(1 - \sigma)$), §1.7 의 중항등식과 같은 것)

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right] < 0, \quad (1.40)$$

x_{MIT} 에서 최대 크기인 음의 종이다($\partial g / \partial x < 0$ — x 를 줄이면 g 가 는다). **(d) 박스** — 부분물 전자 항. 식 (1.40) 를 식 (1.38) 에 넣으면

$$\Delta S_e(x, T) = -\frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right] \quad (1.41)$$

— MIT 부근 $x \approx x_{\text{MIT}}$ 에 국소화된 종 모양 기여다(T1 전이에서만 켜지고, T2·T3 에서는 0). **부호 부기(명시)**. 정의상 $\Delta S_e \equiv \partial S_e / \partial x < 0$ 이다(식 박스의 음부호; x 를 올리면, 곧 리튬화하면 g 가 줄어 S_e 감소). 그런데 forward 모델의 전이는 탈리튬화($x \downarrow, \xi : 0 \rightarrow 1$) 방향이므로, 이 전이에 들어가는 “Li 1몰 제거당” 엔트로피 변화는 부호가 뒤집힌 $\Delta S_{\text{rxn}}^{(e)} = -\partial S_e / \partial x > 0$ 이다 — 곧 탈리튬화로 금속 전자가 켜지며 S_e 가 늘어 양극 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 에 + 로 더해진다. (§1.10 식 (1.60) 의 $\Delta S_e(x, T)$ 항은 이 전이 방향 부호로 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 에 들어간다 — 정의 $\partial / \partial x$ 와 전이 방향 $-\partial / \partial x$ 의 한 번 부호 차이를 §1.1 의 $\theta=1 - \xi$ 부호 약속과 같은 자리에서 흡수한다.)

크기 검산 — 작지만 0 이 아니다. 완전 금속 한 자리의 절대 전자 엔트로피는 식 (1.37) 로 $S_e / k_B = \frac{\pi^2}{3} (k_B T) g(E_F) = 3.29 \times 0.0257 \text{ eV} \times 13 \text{ eV}^{-1} \approx 1.1 k_B / \text{atom}$ (25°C, $k_B T = 0.0257$ eV, 완전 metal). O3 상 내 부분물차(T1 게이트 폭에 걸친 ΔS_e 적분 규모)는 $\approx 0.18 k_B / \text{atom}$ [Reynier, tier B] — 같은 자릿수다(✓). 곧 전자 항은 config($x \approx 0.5$ 에서 $R \ln 2 \approx 0.69 k_B$ 규모) 대비 작다. 그럼에도 필수인 이유 — config 엔트로피만으로는 MIT 의 2상역(절연·금속 공존)을 재현할 수 없기 때문이다[ML

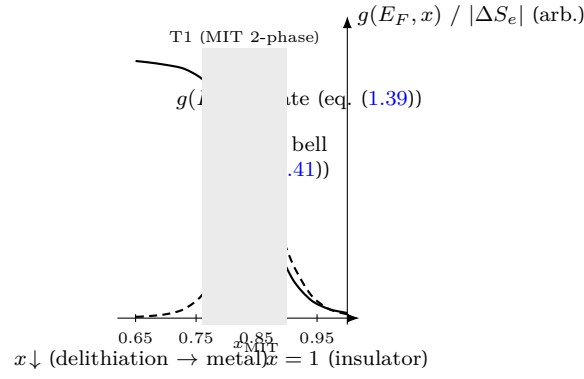


Figure 8: LCO 전자 엔트로피 게이트(신규). 가로축 = 조성 x ($x=1$ 왼쪽, 탈리튬화로 오른쪽). 실선 = MIT-logistic 게이트 $g(E_F, x)$ (식 (1.39), $x_{\text{MIT}}=0.85$, $\Delta x_{\text{MIT}}=0.05$, $g_{\text{max}}=13 \text{ e/eV}$) — $x > 0.9$ 절연체 ($g \approx 0$)에서 $x < 0.76$ 금속($g \rightarrow g_{\text{max}}$)으로 켜진다. 파선은 부분물 전자 항 $|\Delta S_e|$ (식 (1.41)) — x_{MIT} 에 국소화된 종으로, T1 전이(음영)에서만 ΔS_{rxn} 에 더해진다. 크기는 작지만($\sim 0.18 k_B/\text{atom}$) MIT 2 상역을 config 단독이 재현 못 하므로 필수. 흑연엔 이 게이트가 없다($g(E_F)$ 조성 천이 미미 $\Rightarrow$ 파선이 0).

2024, tier A]: config 는 Li/공공 배열만 세고 전자 자유도의 켜짐을 모른다. 전자 게이트가 T1 의 ΔS_{rxn} 에 국소 양봉우리를 더해야 MIT 구간의 $\partial U/\partial T$ 부호·크기와 dQ/dV 미세 비대칭이 맞는다. 작은 항이 정성을 바꾸는 전형이다.

흑연 대비 — 왜 흑연엔 이 항이 없다. 흑연(LiC_6)은 모든 staging 단계에서 금속·반금속적 전도를 유지하며 $g(E_F)$ 가 조성에 따라 큰 천이(절연 $\leftrightarrow$ 금속)를 겪지 않는다 — 곧 식 (1.38)의 $\partial g/\partial x$ 가 작아 전자 항을 무시할 수 있다(흑연 forward 모델이 config + vib로 닫힌 이유). LCO는 T1에서 $g(E_F)$ 가 $0 \rightarrow g_{\text{max}}$ 로 켜지므로 $\partial g/\partial x$ 가 그 구간에서만 크게 살아난다. 이 대비가 통합 챕터의 교육 가치다 — 같은 분포 언어(Fermi 점유)에서, 전극의 전자구조가 전자 엔트로피 항의 유무를 결정한다.

코드 대응. 전자 항 *plug-in*. 코드 구조 변경 0 — func_u_j에 들어가는 전이 j 의 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 가 $\Delta S_j^{\text{config}} + \Delta S_j^{\text{vib}} + \Delta S_e(x, T)$ 로 합산될 뿐이다 (§1.10). ΔS_e 만 T 함수라 배열 T_{work} 에서 격자별로 평가하고 ($\propto T$), T2·T3에서는 게이트가 꺼져 $\Delta S_e = 0$ 이다. 게이트 파라미터 ($g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$)는 전이 dict의 새 키(초기값 표 2 T1 행)이며 피팅 대상이다.

다음 절은 이 항들이 들어간 평형 종(평형 peak)으로 돌아간다 — 전자 항은 ΔS_{rxn} 을 통해 중심 $U_j(T)$ 를 미세 이동시킬 뿐, peak의 모양 식 (1.43) 자체는 흑연과 동일하다.

1.7 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 를 만든다. 이것이 전류가 없을 때($|I| \rightarrow 0$)의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 코드가 직접 쓰는 항이다.

(a) 출발 — 전하 보존식. 관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 꺾적 q 로 미분해 닫힌다 — 양변을 q 로 미분하면 $Q_{\text{cell}} = C_{\text{bg}} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$ 이고, dV_n/dq 로 나누면 $dQ/dV_n = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. **(b) 연산 — logistic 미분의 종 항등식.** 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어가고, $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 미분하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq}}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{\text{eq}}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{\text{eq}}} = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) \quad (1.42)$$

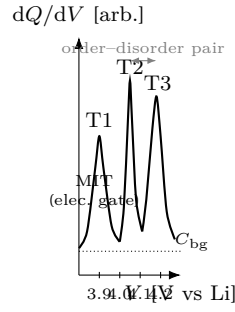


Figure 9: LCO 하프셀 dQ/dV 평형 peak 도식(신규, 정성). 세 종 = T1(MIT, ~ 3.90 V; 전자 게이트 구간이라 폭이 넓고 온도 민감), T2·T3(order-disorder 쌍, $\sim 4.05/\sim 4.18$ V). 각 봉우리는 같은 평형 종 $Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$ (식 (1.43))이며 중심만 표 2로 바뀐다. 흑연(그림은 0.085–0.21 V)과 같은 forward 모델, 다른 전위 대. 전자 엔트로피는 T1 중심의 온도 이동에만 미세 기여한다.

— $\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종이다. (c) 중간식 — 연쇄율. 연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면 $d\xi_{eq,j}/dV = \sigma_d \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$. (d) 박스. 이를 보존식 미분에 넣으면 전이 j 의 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \boxed{\left(\frac{dQ}{dV}\right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right|}. \quad (1.43)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 이며, 메서드 `equilibrium` 이 전이별로 이 항만 합산한 것($C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$)이다. 부호 — σ_d 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다($\xi(1 - \xi) \geq 0$). 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ ($\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 배경 차감 면적 = $Q_j (\int_0^1 d\xi = 1)$, 식 (1.42) 의 종이 $d\xi_{eq}$ 의 치환적분이라 면적 1) — 가 이 한 식에서 읽힌다.

코드의 사용 조건은 “지연 길이가 격자에 비해 작을 때”다 — 다음 절이 그 지연 길이 L_V 를 세우고, L_V 가 격자 몇 칸보다 작으면(또는 동역학 키가 없으면) 코드는 식 (1.43) 의 평형 종을 직접 쓴다. 이것이 $|I| \rightarrow 0$ 환원이다.

1.7.1 양극 사례 — LCO dQ/dV peak 위치

평형 peak 식 (1.43) 은 전극 무관이므로 LCO 도 같은 종 $Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$ 를 전이마다 그린다 — 바뀌는 것은 종이 앉는 위치(중심 U_j^d , 표 2)뿐이다. 흑연이 ~ 0.085 – 0.21 V 에 4 봉우리를 남기는 데 비해, LCO 하프셀은 ~ 3.9 – 4.2 V 에 3 봉우리를 남긴다 — T1(MIT, ~ 3.90 V), T2·T3(order-disorder 쌍, ~ 4.05 와 ~ 4.17 – 4.20 V). 전자 엔트로피 항은 peak 의 모양이 아니라 중심 $U_j(T)$ 를 통해 T1 봉우리의 온도 이동에만 미세하게 들어간다(식 (1.12) 의 ΔS_e 기여, $\propto T$). 그림 9 가 세 봉우리를 보인다.

1.8 동역학 지연 길이 L_V (N7)

유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 코드는 전이당 하나의 지연 길이 $L_{V,j}$ 를 `resolver_resolve_lag_length` 로 구한다. 이 절은 그 사실 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를, 운동방정식의 보편형에서 한 단계씩 닫는다.

1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q

(a) 출발 — 운동방정식을 용량축으로. §1.5 의 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 을, 정전류에서 성립하는 $dq/dt = |I|/Q_{cell}$ 로 나누면 $d\xi_j/dq = (Q_{cell}k_j/|I|)(\xi_{eq,j} - \xi_j)$. (b) 연산 — 지연 변수. 지연 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 의 변화율 $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 위 식을 넣으면 (c) 중간식.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{Q_{cell}k_j}{|I|} r_j, \quad (1.44)$$

(d) 박스 — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 지연 길이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell}k_j}}. \quad (1.45)$$

$L_{q,j}$ 는 요구($|I|/Q_{cell}$)와 공급(k_j)의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도 k_j 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다 — detailed balance (1.27) 로 $r_j^- = r_j^+ e^{-A_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-A_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{eff} - \chi_d A_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.46)$$

이고, 괄호 인자 $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 역방향 몫의 전부다($A \gtrsim 3RT$ 면 1로 죽는다). 이 두 인자가 아래 L_q 평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. (a) 출발 — 컷의 정의. 컷점은 원천 $d\xi_{eq}/dq$ 가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) 연산·중간식 — 컷의 구동력. 그곳의 구동력은 $\mathcal{A} = z_{cut} \cdot n_j RT$ 다($z_{cut} = 4.357$ 이 그 미분 $d\xi_{eq}/dq$ 의 5% 컷에 대응 — 점유 ξ_{eq} 자체가 아니라 미분 기준; logistic 미분 중의 5% 폭이 중심에서 $\pm z_{cut} RT/F$ 규모라 $\mathcal{A} = z_{cut} n_j RT$). (d) 박스 — 상한과 함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{cut} n_j RT, A_{cap} RT), \quad z_{cut} = 4.357, A_{cap} = 4.0 \text{ (기본; } z_{cut} \text{ 는 미분 5\% 컷의 선택값)}. \quad (1.47)$$

이것이 코드의 $A = \min(z_cut * n_safe * R*T, A_cap * R*T)$ 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일($n_j > 0$ 라 항상 양수)이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{eff}$ 가 받는다. 방향 부호 σ_d 를 min 안에 넣으면 충전에서 음수 상한이 되는 버그가 생기므로, 코드는 σ_d 를 크기에서 빼고 방향은 전달 계수로만 주입한다.

1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — 합-1 제약. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약 ($\chi + \chi' = 1$, 식 (1.27) detailed balance 가 강제)에서, (b)(c) 방향별 선택. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{split}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.48)$$

이것이 `func_chi_d(chi, sigma_d)` 이며(생성자 `chi_split` 로 다른 규칙 주입 가능). (d) 유효 장벽. 깊은 꼬리에서 방전은 $\xi \rightarrow 1$, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 같은 $+\Omega$ 로 흡수된다 —

꼬리 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 에서 상호작용 몫 $-\Omega(1 - 2\xi)$ 가 깊은 꼬리에서 상수 $+\Omega$ 로 가고, 이것이 활성화 엔탈피에 흡수되어 유효값이 된다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.49)$$

이것이 `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` 이고, 코드는 `use_dH_eff` 가 꺼져 있으면 보강 없이 ΔH_a 를 그대로 쓴다(헬퍼 `_chi_and_dH_eff` 가 $(\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}})$ 를 한 곳에서 낸다).

1.8.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

(a) 출발 — 정·역 합과 Eyring prefactor. 식 (1.46) 의 $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 와 $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$) 을 식 (1.45) 의 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 에 넣으면 (b)(c) 연산·중간 식 — $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$ 로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}, \quad (1.50)$$

(d) 박스 — 특성 온도로 묶기. 앞 인자를 $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$ 로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.51)$$

`func_L_q(T, I, Q_cell, dH_a, dS_a, x, A)` 가 이 로그를 $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1+e^{-\mathcal{A}/RT}) + dG_a/RT - x\mathcal{A}/RT$ 로 적고 ($T_{\text{attempt}} = (I/Q_{\text{cell}})h/k_B = T_*$, $x = \chi_d$, $dG_a = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$) 지수화한다. 암묵 전제 명시 — 식 (1.51) 의 ΔH_a^{eff} 는 `func_L_q` 의 `dH_a` 인자로 들어가는 값 `dH_a_use` 이고, 이것은 `use_dH_eff=True` 일 때만 식 (1.49) 의 $\Delta H_a - \chi_d \Omega$ 와 같다 — 꺼져 있으면 그대로 ΔH_a 다(`_chi_and_dH_eff` 의 분기). 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이 용량축 $1/L_q$ 와 분모 dV_n/dq 가 묶여 전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_{qa}| \cdot L_{q,j}. \quad (1.52)$$

코드의 `return abs(dVdq_qa) * L_q` 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수라 (§1.8 의 동결), 코드 안에서 L_q 는 V 의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ 이다(전이당 한 스칼라). 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일 $\mathcal{A}$ 를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$ 로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 곧 부등식은 컷점 선택의 근거이지 코드가 격자마다 평가하는 양이 아니다. 한편 $|I|$ 의존은 동결 뒤에도 살아 있다 — $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \rightarrow 0$, 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 직접 지정 '`L_V`' 가 있으면 동역학을 우회해 그 값을 쓰고, $I \leq 0$ 이거나 `dH_a` 키가 없으면 $L_V = 0$ 이다.

코드 대응. N7 진행. `n_safe=|n_j|` $\rightarrow \mathcal{A}$ (식 (1.47)) $\rightarrow$ (`chi_d, dH_a_use`)=`_chi_and_dH_eff(...)` (식 (1.48)·(1.49)) $\rightarrow$ `L_q=func_L_q(...,x=chi_d,A=A)` (식 (1.51)) $\rightarrow$ `L_V=|dVdq_qa|*L_q` (식 (1.52)). 전이당 상수(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한 번 평가한다.

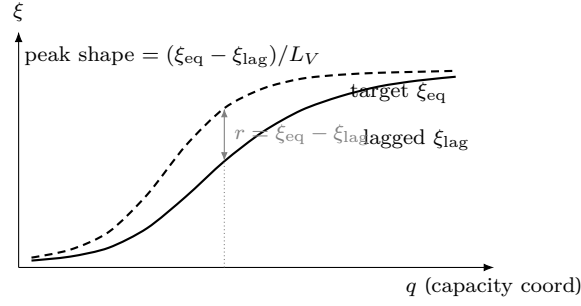


Figure 10: 지연 ODE 의 완화(신규). 파선 = 평형 목표 $\xi_{eq}(q)$, 실선 = 점화식 (1.55) 으로 뒤쳐진 ξ_{lag} . 둘의 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 가 지연이고, peak 모양 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.56))는 이 차를 길이로 나눈 이산 미분이다. 이 매끈한 차분이 미분 $d\xi_{eq}/dV$ 로 수렴하는 극한은 오히려 $L_V \gg \Delta_{grid} (\rho \rightarrow 1, \text{커널이 진짜 미분이 되는 쪽})$ 이다 — 그림은 그 영역을 그린다. 반대로 L_V 가 작아지는 평형 회복은 이 매끈한 차분의 극한이 아니라 코드의 분기 스위치(식 (1.57))가 담당해 평형 종(식 (1.43))으로 직접 떨어뜨린다(문턱 진폭 불연속·자세한 논증은 본문 §1.9).

1.9 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

지연 길이 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면 ($\geq$ 격자 몇 칸) 코드는 평형 종 대신 인과 기억 꼬리를 만든다. 이 절이 그 합성곱과, ★충전에서 격자 역전을 닫는다 — 본 문건의 가장 미묘한 부호 자리다.

1.9.1 지수 기억 — 일반해의 이산형

- (a) 출발 — 1계 선형 ODE. 지연 방정식 (1.45) 는 1계 선형이라 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 갖는다.
 (b) 연산 — 적분인자. 양변에 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}, \quad (1.53)$$

- (c) 중간식 — 적분해 일반해. q_0 부터 적분하고 $e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해 r_j 를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq' \quad (1.54)$$

— 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널 $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$ 로 가중한 기억의 합성곱이다(계는 길이 L_q 만큼의 최근 과거만 기억). (d) 박스 — 이산 저역통과. 이산 격자에서 이 1 차 저역통과는 한 칸당 감쇠 $\rho = \exp(-\Delta_{grid}/L_V)$ 의 점화식이다(연속해 (1.54) 를 격자 간격 Δ_{grid} 로 이산화하면 한 칸 전파가 $e^{-\Delta_{grid}/L_V}$ 가중):

$$\xi_{lag,i} = \rho \xi_{lag,i-1} + (1 - \rho) \xi_{eq,i} \quad (1.55)$$

이고, 코드 `_causal_lowpass` 가 이를 (가능하면) `scipy.signal.lfilter` 의 계수 $[1 - \rho]/[1, -\rho]$ 로, 아니면 같은 점화식 루프로 평가한다. $L_V \leq 0$ 이거나 비유한이면 원신호를 그대로 돌린다. 그림 10 가 목표 ξ_{eq} 와 뒤쳐진 ξ_{lag} , 그 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 를 보인다.

1.9.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 빼 것

- (a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 이고(지연 r_j 는 일반해 (1.54) 가 전 구간 결정), 그 미분 $d\xi_j/dV = d\xi_{eq,j}/dV - dr_j/dV$ 를 보존식 $dQ/dV = C_{bg} + \sum Q_j d\xi_j/dV$ 에 넣은

“평형 전환율에서 지연을 뺀 것”이다. 이산 격자에서 이 차분은 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})$ 를 길이로 나눈 형태가 된다. (d) 박스.

$$\text{peak_shape} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_{V,j}}. \quad (1.56)$$

이것이 코드의 $\text{peak_shape} = (\text{ksi_eq} - \text{occ_lagged}) / \text{lag_len_V}$ 다(ξ_{lag} 는 점화식 (1.55) 의 출력). 이 차분이 매끈한 미분 $d\xi_{eq}/dV$ 로 수렴하는 극한은 $L_V \gg \Delta_{grid}$ 쪽이다 — 이때 한 칸 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V} \rightarrow 1$ 이라 점화식 (1.55) 의 커널이 길이 L_V 의 진짜 1차 저역통과(미분 커널)로 살아나, $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 가 평형 중에 꼬리를 더한 모양을 낸다. 반대로 L_V 가 작아지는 평형 회복은 이 차분의 극한이 아니다: $L_V \rightarrow 0$ 이면 $\rho \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$ (같은 칸 — 한 칸 지연이 아니다), 곧 분자 $(\xi_{eq} - \xi_{lag}) \rightarrow 0$ 과 분모 $L_V \rightarrow 0$ 이 함께 사라지는 $0/0$ 이라 식 (1.56) 가 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 그 작은 L_V 환원은 코드의 분기 스위치가 담당한다 — $L_V < \nu \Delta_{grid}$ 면 식 (1.56) 를 평가하지 않고 평형 종 식 (1.43) 을 직접 쓴다:

$$\text{peak_shape} = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \text{ (또는 비유한)} \quad [\text{평형, 식 (1.43)}] \\ (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.56)}], \end{cases} \quad (1.57)$$

$\nu = \text{min_lag_grid_steps} = 2$ 다(지연이 격자 두 칸보다 짧으면 평형 종 직접). 이 전환은 매끈한 *handoff* 가 아니라 이산 모드 스위치임에 주의한다 — 문턱 $L_V = \nu \Delta_{grid}$ 에서 꼬리 분기의 진폭과 평형 종의 진폭 ($\propto 1/w$) 이 정확히 같게 맞춰져 있지 않아 작은 불연속이 생길 수 있다. 이는 sub-grid 지연의 수치 불안정을 피하기 위한 실용적 선택이며(ν 를 키우면 전환점이 더 깊은 꼬리로 밀려 점프가 작아진다), 꼬리식 자신의 $L_V \rightarrow 0$ 소멸 ($0/0$)은 이미 평형 분기 영역에 들어가 코드가 꼬리식으로 평가하지 않는 구간이다.

1.9.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱 (1.54) 은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 진행이 V 증가 방향이라 격자 오름차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 격자 그대로 적용한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 진행이 V 감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{lag} = \begin{cases} \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}[:, : -1])[:, : -1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.58)$$

이것이 코드의 $\text{occ_lagged} = \text{lowpass}(\text{ksi_arr}[:, : -1])[:, : -1]$ (충전 분기)다. 이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전 dQ/dV 는 방전의 거울상이고, $\text{peak_shape} = (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 는 양수를 유지한다(꼬리가 진행 방향 뒤쪽, 곧 충전에서는 V 가 큰 쪽으로 늘어진다). 그림 11 가 두 방향을 나란히 보인다.

1.10 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak_shape 를 (식 (1.57) 의 두 분기로) 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 작업 격자 위 누적에 더하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg} + \sum_j Q_j \xi_j$ 가 $\sum_j Q_j \xi_j$ 풀이라 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다 — 합산 자체는 보존식의 직접

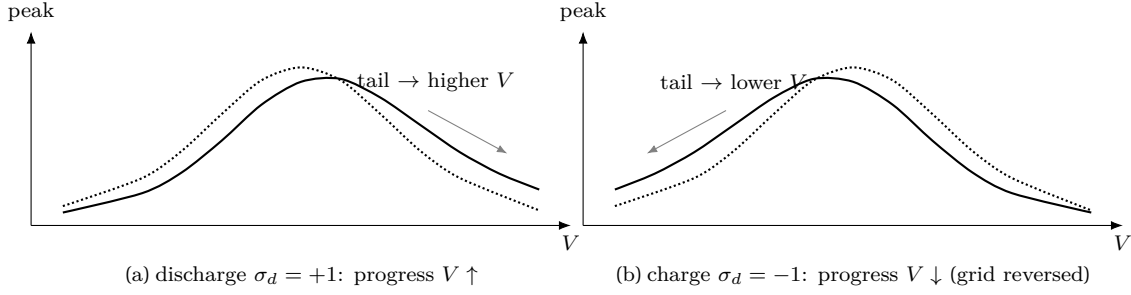


Figure 11: 인과 꼬리의 방향(v7-11 유래). 점선 = 평형 중($\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$, 방향 불변). 실선 = peak_shape with tail. (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로 늘어진다(격자 그대로). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 격자를 뒤집어 필터($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$)해 꼬리가 낮은 V 쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

Table 3: 전이 초기값 GRAPHITE_STAGING_LIT(4 건) — 출발점, 피팅으로 override. U 는 'U' 폴백이자 ($\Delta H_{rxn}, \Delta S_{rxn}$) 정합 목표.

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
4→3	0.210	-11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
3→2L	0.140	-13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
2L→2	0.120	-13100	-5.0	0.25	10000	44000	0.30
2→1	0.085	-13000	-16.0	0.50	13000	40000	0.30

미분이라 가정이 아니다(서로소 자리 분해가 전제):

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak_shape}_j] = C_{bg} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}]. \quad (1.59)$$

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고(배경은 루프 전에 깔림), 마지막에 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 작업 격자에서 내부 전위 격자로 되돌린다(`dqdv_out`). 스칼라 입력이면 첫 성분만 반환한다.

1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

4건의 전이 초기값이 GRAPHITE_STAGING_LIT 에 박혀 있다(신뢰값 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 전제). 표 3 가 각 인자의 의미와 출발값이다 — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 폭 w 폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V)과 $n = 1$, $\Delta S_a = 0$ 을 함께 갖는다. $\Delta H_{rxn}/\Delta S_{rxn}$ 은 $U(298)$ 정합으로 정해졌고($U = (-\Delta H_{rxn} + 298.15\Delta S_{rxn})/F$ 가 표의 U 와 일치), ΔH_a 는 저SOC→만충에서 감소하는 DFT 활성화 경향, $|dV/dq|_{q_a}$ 는 컷 OCV 기울기(피팅), Ω 는 정규용액 추정이다.

1.10.2 양극 합산 — ΔS_{rxn}^{cat} 분해와 전자 항 plug-in

LCO 도 같은 합산식 (1.59) $dQ/dV = C_{bg} + \sum_j Q_j [\text{peak_shape}_j]$ 로 닫힌다 — 전이 리스트가 LCO_STAGING_LIT(표 2)로 바뀔 뿐이다. 단 한 곳, 전이 j 의 중심 $U_j(T)$ 에 들어가는 반응 엔트로피 $\Delta S_{rxn,j}$

가 양극에서는 세 성분의 합으로 분해된다:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{\text{config}}}_{\text{logistic } w=RT/F \text{ 가 답음}} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{음의 baseline}} + \underbrace{\Delta S_e(x, T)}_{\text{MIT 게이트, } \propto T \text{ (§1.6)}}. \quad (1.60)$$

세 성분의 자리와 이중계산 금지가 핵심이다.

- $\Delta S_j^{\text{config}}$ — Li/공공 배열의 섞임 엔트로피로, O3 상 LCO 의 ΔS 를 지배한다($> \frac{1}{2}$, Reynier tier A).
★**이중계산 금지(B)** — 봉우리 내부의 조성 분포 섞임 엔트로피는 이미 §1.4-§1.5 의 logistic(ξ_{eq} 와 폭 $w = RT/F$) 이 자동으로 담는다 — 격자기체 μ 식 (1.13) 의 로그 몫 $RT \ln[\theta/(1-\theta)]$ 가 곧 섞임 엔트로피 $S_{\text{mix}} = -R[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]$ (식 (1.14) 의 출처)의 조성 미분이고, 이것이 봉우리 폭 $w = RT/F$ 로 들어가 있다. 따라서 식 (1.60) 의 $\Delta S_j^{\text{config}}$ 에 입력하는 값은 봉우리 내부 분포가 아니라 전이 중심의 표준값 ΔS_j^0 뿐이다 — 봉우리 안의 조성 분포 엔트로피를 다시 더하면 같은 양을 두 번 세게 된다(흑연 ΔS_{rxn} 입력이 중심 표준값인 것과 동형).
- ΔS_j^{vib} — phonon 진동 엔트로피의 음의 baseline(고- x). 흑연과 동형으로 ΔS_j^0 안에 흡수되어 중심 표준값의 일부로 들어간다.
- $\Delta S_e(x, T)$ — §1.6 의 전자 항(식 (1.41)). 흑연엔 없고, T1(MIT)에서만 게이트가 켜져 $\Delta S_{\text{rxn},T1}$ 에 국소 양봉우리를 더한다. 유일하게 T 함수($\propto T$)라 배열 T_{work} 에서 격자별로 평가한다.

곧 코드는 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 입력을 ΔS_j^0 (=config 중심 표준 + vib, 흑연과 같은 자리) + $\Delta S_e(x, T)$ (전자, 새 plug-in)로 받아 같은 func_u_j 에 넣는다. config 봉우리 내부 분포는 logistic 이 담으므로 중복 입력하지 않는다 — 이 한 규칙이 양극 합산의 유일한 새 주의점이다.

1.10.3 코드 일반화 — MSMR $\leftrightarrow$ Ch1 동형 (H)

양극 dQ/dV 피팅의 표준 모델인 MSMR(Multiple Site Multiple Reaction)[12]은 전이 j 의 점유를 $x_j = X_j / \{1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j]\}$ 로 적는다 — 이것은 본 장 식 (1.29) 의 transition-logistic $\xi_{\text{eq},j} = 1 / \{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]\}$ 와 대수적으로 동형이다($X_j \leftrightarrow Q_j$ 용량 가중, $\omega_j \leftrightarrow w_j$ 폭, $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$ 중심, 부호 인자 $f \leftrightarrow \sigma_d$). 곧 MSMR 은 본 forward 모델의 평형 항($|I| \rightarrow 0$ 극한, §1.7)과 같은 식이며, 본 모델은 거기에 동역학 꼬리(N7·N8)와 히스테리시스(N3)를 더 얹은 상위 집합이다. 따라서 LCO 적용은 다음 둘만으로 닫힌다 — 구조 변경 0:

- 전이 파라미터 교체 — GRAPHITE_STAGING_LIT $\rightarrow$ LCO_STAGING_LIT(표 2): $U_j \cdot \Delta S_{\text{rxn},j} \cdot \Omega_j \cdot Q_j$ 를 양극 값으로. func_ksi_eq·func_u_j ·func_du_hys 등 함수 본체는 한 줄도 바뀌지 않는다(전극 일반으로 유도됨).
- 전자 항 plug-in — T1 전이 dict 에 게이트 키 ($g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$) 를 더하고, $\Delta S_{\text{rxn},T1} \leftarrow \Delta S^0 + \Delta S_e(x, T)$ (식 (1.41))로 합산. $\partial U_j / \partial T \leftarrow \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 경로(식 (1.12))는 그대로다.

요컨대 “파라미터+1 항”만으로 흑연 코드가 LCO 코드가 된다 — 이것이 본 장이 두 전극을 한 클래스로 보는 실증이다. 도핑 ($\text{Al}^{3+}/\text{Mg}^{2+}$, 비-redox)은 전자 항을 보존한 채(Co redox 불변) 상전이를 억제하므로, 우리 시료에서는 Ω_j 를 낮춰(폭 smear) U_j 를 미세 shift 하는 방향으로 피팅된다 — pure-LCO 값=초기값, shift·폭은 우리 데이터(갭 G4).

문헌 초기값의 갭(문서 명시). 표 2·§1.6 의 값은 초기값이며, 다음은 우리 코인 하프셀 데이터의 round-trip 피팅으로 식별한다(허위 정밀 금지, tier 표기) — G1 연속 $\Delta S(x)$, G2 $g(E_F, x)$ 곡선(=게이트 $g_{\text{max}} \cdot x_{\text{MIT}} \cdot \Delta x_{\text{MIT}}$), G3 MSMR LCO 파라미터, G4 도핑 shift·폭, G5 ΔH_f 절대값(=OCV plateau, 예: 3.9 V 로 anchor). 전부 흑연 GRAPHITE_STAGING_LIT=초기값 철학 안이다.

Table 4: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다($z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use_w_eff}, \text{use_dH_eff}$).

인자(코드)	자리	기본값	곡선 내 역할(식)
— 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —			
U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.11))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.24))
Q	전이	—	용량 가중(면적)
Omega, gamma	전이	0, 0	상호작용·분기(히스, (1.20)(1.22))
h_eta	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a, dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.51))
dVdq_qa	전이	0	컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.52))
L_V	전이	—	직접 지연 길이(동역학 우회)
z_cut, A_cap_RT	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.47))
use_w_eff, use_dH_eff	전이/공통	False, True	옵션 토글((1.25), (1.49))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
x/chi, chi_split	공통	0.5, func_chi_d	전달 계수 χ_d ((1.48))
Rn	공통	0.0	분극 저항 ((1.4))
Cbg	공통	0.0	배경 C_{bg} (상수 또는 V 함수)
w_eff_floor_frac	공통	0.05	w^{eff} 하한 분율 ((1.25))
grid_pad_lo/hi, n_work_min	공통	0.15, 2048	작업 격자 ((1.5))
min_lag_grid_steps	공통	2.0	꼬리/평형 전환 문턱 ((1.57))
v_span_floor	공통	10^{-6}	격자 폭 하한(수치 안전)
seed_T/I/Q_cell	공통	298.15, 0.1, 1.0	진단용 seed L_V 대표 조건
— 호출 인자(curve/dqdv) —			
V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction	호출	—	실험조건 ((1.1))

1.10.4 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 Optuna 로 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 기호가 생성자 인자 또는 전이 dict 키이며, 내부 하드코딩 상수는 없다(전부 기본값+override). 표 4 가 전 조정 인자와 기본값이다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

표의 모든 행이 코드 입력이라 “고정/피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, w$) 를 풀고 ($\Omega, \Delta H_a, dVdq_{\text{qa}}$) 는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 리액션·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 3 의 4 전이로 transitions 구성. (2) 실험조건 σ_d , $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$ 설정 $\rightarrow$ 분극 V_n ((1.1)(1.4)), 작업 격자 V_{work} ((1.5)). (3) 전이마다 $U_j(T)$ ((1.11)) $\rightarrow$ 분기 중심 center ((1.23)) $\rightarrow$ 폭 w_j ((1.24)) $\rightarrow$ 평형 점유 ξ_{eq} ((1.29)). (4) 지연 길이: A ((1.47)) $\rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}$ ((1.48)(1.49)) $\rightarrow L_q$ ((1.51)) $\rightarrow L_V$ ((1.52)), 전이당 상수. (5) *peak_shape*: $L_V < 2\Delta_{\text{grid}}$ 면 평형 중 ((1.43)), 아니면 인과 꼬리 ((1.56), 충전 격자 역전 (1.58)). (6) 용량 가중 합산 후 V_n 으로 역보간 ((1.59)). 색인은 표 5.

1.10.5 facade 와 전체 진행 한눈에

상위 curve 가 실험조건을 받아 $\sigma_d = \text{direction_to_sigma}$, $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$ (또는 I_{abs} 우선)로 환산해 dqdv 를 재사용한다(새 물리 없음). 기준선 equilibrium 은 $|I| \rightarrow 0$ 한계로 식 (1.43) 만 합산한 충방전 불변·히스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 5 가 노드·식·코드 식별자로 담는다.

Table 5: 노드 ↔ 식 ↔ 코드 식별자 매핑 (전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서.

노드	물리식	본 문건 식	코드 식별자
N0	$\sigma_d, I = c_rate Q_{cell}$	(1.1)	curve_direction_to_sigma
N1	$V_n = V_{app} - \sigma_d I R_n$	(1.4)	dqdv L412
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.11)	func_U_j
N3	$\Delta U_j^{hys}, U_j^d$	(1.20), (1.22)	func_dU_hys, func_U_branch
N4	$w_j = n_j RT/F$ (w^{eff})	(1.24)((1.25))	func_w, func_w_eff, width
N5	$\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.29)	func_ksi_eq
N6	$Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$	(1.43)	equilibrium, 인라인
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{eff}, L_q, L_V$	(1.47)–(1.52)	_resolve_lag_length, func_L_q
N8	$(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$, 역전	(1.56), (1.58)	_causal_lowpass
N9	$C_{bg} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.59)	dqdv_work, np.interp

1.11 부호 사슬 전수 검산

브리프 §7 의 부호 체크리스트를 전건 확인한다 — 한 곳이라도 어긋나면 결함이다. 기준 명제 = 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).

- S1.** $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$, $\Delta G = -FU$. 식 (1.11)·(1.9). $\Delta H_{rxn} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{rxn} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님). $\Delta G_j = -sFU_j$ 부호 일치. ✓
- S2.** $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$. 식 (1.29). 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$. ✓
- S3.** $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$, **peak 양수**. 식 (1.43). peak 모양 = $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변. ✓
- S4.** $\Delta U_{hys} \geq 0$, $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$. 식 (1.20)·(1.22). 극대 > 극소라 ≥ 0 ; $u_j \rightarrow 0$ 에서 0; 방전 +/충전 - 라 $U^{dis} > U^{chg}$. ✓
- S5.** χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$; $\Delta H_a^{eff} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$. 식 (1.48)·(1.49). 합-1 거울 대칭. ✓
- S6.** $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ (물리적 동기). 식 (1.51)·(1.52) 논의. $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라)이고, 부등식 < 0 은 컷 규칙의 동기로부터 성립한다 — 국소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐). 자기모순 없음(동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관). ✓
- S7.** 꼬리: 충전 격자 역전($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$); 충전 dQ/dV 방전 거울(양수). 식 (1.58). 인과 방향 보존, peak_shape = $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V > 0$. ✓
- S8.** 분극 $V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n$. 식 (1.4). 방전 시 측정 > 내부 보정. ✓
- S9.** 양극(LCO) 부호 사슬 — 흑연과 1:1. 식 (1.12)·(1.60). $U_j(T) = (-\Delta H_{rxn} + T\Delta S_{rxn})/F$ 와 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{rxn,j}/F$ 가 전극 무관으로 유도돼 (§1.3.3), LCO 에 식 그대로 적용된다. 양극 $\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ 가 양수 경향이라 $\partial U_j / \partial T > 0$ (단전극 $d\phi/dT \approx +0.83 \text{ mV/K[B]}$)와 부호 정합), $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ 방전 규약(식 (1.29))도 양극에서 동일. ✓
- S10.** 전자 엔트로피 항 — 부호·국소성 $\propto T$. 식 (1.38)·(1.41). $\partial g / \partial x < 0$ (탈리튬화로 g 증가)라 Li 제거당 $\Delta S_e > 0$ 으로 양극 $\partial U / \partial T$ 에 + 기여, MIT($x \approx x_{MIT}$)에만 국소(T2-T3 에서 0), 유일하게 $\propto T$ (상수 ΔS_{rxn} 항과 대비). 흑연은 $\partial g / \partial x \approx 0$ 이라 이 항 $\rightarrow 0$ (전극 대비 일관). ✓

S11. 이중계산 금지(B). 식 (1.60). config 봉우리 내부 분포는 $\text{logistic}(\xi_{\text{eq}} \cdot w)$ 이 담으므로, $\Delta S_j^{\text{config}}$ 입력은 중심 표준값 ΔS_j^0 만(봉우리 내부 분포 재가산 금지 — 흑연 ΔS_{rxn} 이 중심 표준값인 것과 동형). ✓

전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결합 0(흑연 S1–S8 + 양극 S9–S11 통합).

검산. 부호 회귀 *self-test* (재현 가능 수치 고정). 위 정성 검산을 *falsifiable* 수치에 못박아 회귀를 막는다 — 아래 네 항은 코드 `__main__` 의 *self-test* 와 같은 양을 손으로 재산출한 것이며 ($T = 298.15$ K), 한 줄이라도 어긋나면 부호 사슬이 깨진 것이다.

R1. 히스 분기 방향. $\Omega = 12000$ J/mol, $\gamma = 1$ 에서 식 (1.20) 는 $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F} [\Omega u - 2RT \text{artanh } u] = 86.7$ mV ($u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$). 분기 중심 식 (1.22) 가 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ /충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ 라, *peak* 갈림 $V_{\text{dis}} - V_{\text{chg}} = +\gamma \Delta U^{\text{hys}} = +86.7$ mV > 0 (방전 *peak* 가 높은 전위 — 기준 명제 일치).

R2. 히스 문턱. $\Omega = 2RT = 4958$ J/mol 에서 $u = 0$, 식 (1.20) $\Rightarrow \Delta U^{\text{hys}} = 0.0$ mV — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속(상분리 미만 = 갈림 없음).

R3. $|I| \rightarrow 0$ 환원·방향 불변. $\gamma = 0$, $|I| = 10^{-6}$ 에서 식 (1.52) 의 $L_V \propto |I| \rightarrow 0$ 이라 식 (1.57) 가 평형 종으로 떨어지고, 식 (1.43) 의 *peak* = $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 는 σ_d 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow 0$ (부호 S3 의 양수·방향 불변 수치 확인).

R4. L_q 동결 vs 부등식. $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ 가 전이당 상수라 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (실현 미분) 이고, 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙 동기로만 성립한다(S6 의 정정과 일관) — 두 진술이 한 단조성을 공유하므로 자기모순 0.

R5. 꼬리 극한의 방향(D-PEAK 회귀). 한 칸 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$ 의 두 극한이 반대다 — $L_V \gg \Delta_{\text{grid}} \Rightarrow \rho \rightarrow 1$ 이라 식 (1.56) 의 $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ 가 매끈한 미분 $d\xi_{\text{eq}}/dV$ (평형 종 + 꼬리)로 수렴하고, $L_V \rightarrow 0 \Rightarrow \rho \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{\text{lag}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$ (같은 칸)라 분자·분모가 함께 0 인 0/0 — 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 작은 L_V 의 평형 회복은 식의 극한이 아니라 식 (1.57) 의 분기 스위치 ($L_V < \nu \Delta_{\text{grid}}$ 면 식 (1.43) 직접)가 낸다 — “ L_V 작으면 식이 종으로 환원”이라는 서술은 거짓 (반증 가능 회귀: 두 극한의 ρ 부호를 뒤집으면 깨짐).

다섯 회귀 항이 모두 통과한다 — 부호 사슬 *self-test PASS*.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.

- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [8] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite and Li_xCoO_2 ,” *J. Power Sources* **119–121**, 850 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [9] M. Ménétrier, I. Saadoune, S. Levasseur, C. Delmas, “The insulator-metal transition upon lithium deintercalation from LiCoO_2 ,” *J. Mater. Chem.* **9**, 1135 (1999). DOI: 10.1039/a900016j.
- [10] T. Motohashi *et al.*, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide Li_xCoO_2 ,” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165114.
- [11] J. N. Reimers, J. R. Dahn, “Electrochemical and in situ X-ray diffraction studies of lithium intercalation in Li_xCoO_2 ,” *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091 (1992). DOI: 10.1149/1.2221184.
- [12] M. W. Verbrugge *et al.*, “Thermodynamic model for substitutional materials (MSMR) for lithium-ion batteries,” *J. Electrochem. Soc.* **164**, E3243 (2017). DOI: 10.1149/2.0341708jes.