

# Chapter 3

## Si·혼합음극 — 골격의 생존 지도와 블렌드 확장

버전 1.0.24

본 장은 세 번째 활물질 계열 — 실리콘계 음극과 흑연-Si 혼합(블렌드) 음극 — 을 다룬다. 실리콘은 삽입이 아니라 합금화로 리튬을 저장하므로 앞 두 장과 물리가 달라지는 지점이 많다: 본 장은 먼저 Chapter 1 골격의 노드별 대응 지도를 놓고(무엇이 그대로 유지되고, 무엇이 재해석되고, 무엇이 골격 밖 새 물리인지), 그 위에서 활물질 케이스(원소 Si·SiO<sub>x</sub>·Si-C 복합)와 혼합 음극(흑연 다수에 Si 질량분율  $m_{\text{Si}}$  0–30 wt% — 업계 배합 관행 기준, 내부 용량 분율  $f_{\text{Si}}$  는 비용량 환산, §3.3.1)의 검토 틀을 세운다. 혼합 음극의 앵커는 전하 보존의 전극 중립성이다 — 두 활물질이 같은 전위 변수를 공유하는 전하 보존 반전이 blend 합성의 중심식이 된다.

### Contents

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.1 Si 접목 지도 — 이월·재해석·골격 밖 신규 물리</b>                       | <b>3</b>  |
| 3.1.1 세 활물질의 교과서 사슬 — 이 장이 놓이는 자리 . . . . .                   | 3         |
| 3.1.2 Si 와 흑연의 분기 — 확립 사실 여덟, 노드별 . . . . .                   | 4         |
| 3.1.3 네 판정과 대응 지도 . . . . .                                   | 4         |
| 3.1.4 핵심 불변량 — 전하 보존의 전극 중립성 . . . . .                        | 5         |
| 3.1.5 장의 구성 순서 . . . . .                                      | 6         |
| <b>3.2 케이스별 활물질 — 원소 Si·SiO<sub>x</sub>·Si-C 복합</b>           | <b>6</b>  |
| 3.2.1 원소 Si — 두-상 평탄역과 결정화 peak . . . . .                     | 7         |
| 3.2.2 SiO <sub>x</sub> — 비정질 연속 경로와 실리케이트 비가역 . . . . .       | 7         |
| 3.2.3 Si-C 복합 — 상용급 개형과 피크 분리 . . . . .                       | 7         |
| 3.2.4 케이스 열특성 — 엔트로피 계수 실측 . . . . .                          | 7         |
| 3.2.5 Si-host 정착용액 커널 — 단일상 고용체의 Frumkin peak 과 그 식별 한계 . . . | 8         |
| <b>3.3 혼합 음극 — 공통-<math>\mu</math> 대정준 반전과 그 1차 근사 한계</b>     | <b>11</b> |
| 3.3.1 클래스곱의 host 곱 일반화 . . . . .                              | 12        |
| 3.3.2 미결 공백 GS-2 — 공통- $\mu$ 완전 동시반응은 1차 근사다 . . . . .        | 14        |

|            |                                                     |           |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.4</b> | <b>기계 히스테리시스 — Larché–Cahn 유도 시도와 미결 공백 GS-1</b>    | <b>15</b> |
| 3.4.1      | 닫히는 데까지 — 가역 화학역학 결합의 전위 이동 . . . . .               | 15        |
| 3.4.2      | 닫히지 않는 데 — 미결 공백 GS-1 . . . . .                     | 16        |
| <b>A</b>   | <b>블렌드 합성 코드 요구명세</b>                               | <b>17</b> |
| A.1        | 계약 — $f_{\text{Si}}=0$ 에서 흑연 단독 bit-exact . . . . . | 17        |
| A.2        | 합성 — 용량 배분과 공통 $V_n$ . . . . .                      | 17        |
| A.3        | Si 케이스 셋 — <code>si_case</code> 선택자 . . . . .       | 17        |
| A.4        | 게이트와 적용 경계 . . . . .                                | 18        |

## 기호 — 계승과 신규

계승(Chapter 1·2 정의 그대로 — 재정의 없음): 전하 보존 반전 (1.40) 과 그 fluctuation 유일한 근 (unique root) 논증 ((1.41))·평형 진행률 logistic (1.61)·폭  $w_j$  (§1.5)·용량  $Q_j$ ·방향 부호  $\sigma_d$ ·평형 중심  $U_j$ ·온도 관계  $\partial U/\partial T = \Delta S_{\text{rxn}}/F$  (§1.3)·히스 gap 골격 (1.55) (적용 한계는 대응 지도 §3.1 참조)·합산식 (1.101)·MSMR 대응 (§2.7.1). 이 계승분은 본 장에서 값·의미를 바꾸지 않는다.

신규(본 장 도입 — 도입 절 명시). 표 1 가 전건이다.

Table 1: Chapter 3 신규 기호 — 도입 절과 뜻. host 첨자는 계승 기호에 없는 한 겹이며(재정의 아님), 응력 결합 기호군은 골격 밖 새 물리로 선언된다 (§3.4).

| 기호                                                             | 도입 절   | 뜻                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}$                     | §3.3.1 | 혼합 음극의 두 활물질 첨자 — 반전에 없는 host 합 한 겹.                                                                                                                                                |
| $Q_j^{\text{host}}$                                            | §3.3.1 | host 의 전이 $j$ 용량 가중 ( $= (F/N_A)M_j^{\text{host}}$ ).                                                                                                                               |
| $\xi_{\text{Seq},j}^{\text{host}}$                             | §3.3.1 | host 의 전이 $j$ 평형 진행률 ((1.61) 의 host 판).                                                                                                                                             |
| $w_j^{\text{host}}, \theta_j^{\text{host}}, M_j^{\text{host}}$ | §3.3.1 | host 의 폭·점유·자리수(계승 기호의 host 첨자판).                                                                                                                                                   |
| $Q_{\text{gr}}, Q_{\text{Si}}, Q$                              | §3.3.1 | host 용량과 총용량 $Q = Q_{\text{gr}} + Q_{\text{Si}}$ .                                                                                                                                  |
| $f_{\text{Si}}$                                                | §3.3.1 | Si 용량 분율 $Q_{\text{Si}}/Q$ (전하 보존식 내부 변수).                                                                                                                                          |
| $m_{\text{Si}}$                                                | §3.3.1 | Si 질량 분율(wt% — 업계 배합 관행의 선언·스윙 좌표, 기준 범위 $[0, 0.30]$ ); 환산 $f_{\text{Si}} = m_{\text{Si}}q_{\text{Si}}/[m_{\text{Si}}q_{\text{Si}} + (1-m_{\text{Si}})q_{\text{gr}}]$ ( $q$ = 비용량). |
| $C_{\text{bg}}$ (전극 단위)                                        | §3.3.1 | 블렌드 배경 미분용량 — host 별 아닌 전극당 1회 가산.                                                                                                                                                  |
| Si 케이스                                                         | §A.3   | 세 활물질 케이스 — 원소 Si·SiO <sub>x</sub> ·SiC.                                                                                                                                            |
| $\bar{v}_{\text{Li}}$                                          | §3.4.1 | Li 부분몰 부피 $\partial v/\partial(\text{Li 함량})$ (응력-조성 결합, 골격 밖).                                                                                                                     |
| $\sigma_h$                                                     | §3.4.1 | 정수압(평균) 응력 $\frac{1}{3}\text{tr } \sigma$ (경로 의존).                                                                                                                                  |
| $\Lambda_\sigma$                                               | §3.4.1 | 응력-전위 결합 계수 $\bar{v}_{\text{Li}}/F$ ( $\sim 100\text{--}120 \text{ mV/GPa}$ ).                                                                                                      |
| $\Delta V^{\text{mech}}$                                       | §3.4.1 | 기계 히스 갈림 ( $= \Lambda_\sigma(\sigma_h^{\text{dis}} - \sigma_h^{\text{chg}})$ , (3.14)).                                                                                             |

케이스별 파라미터 셋(표 3)과 블렌드 합성 기호의 세부 정의는 해당 절 도입부가 기준이며, 응력 결합 기호군( $\bar{v}_{\text{Li}}, \sigma_h, \Lambda_\sigma, \Delta V^{\text{mech}}$ )은 골격 밖 새 물리로 선언된 항이라 그 폐합은 GS-1 공백 (§3.4.2)으로 남는다.

## 3.1 Si 접목 지도 — 이월·재해석·골격 밖 신규 물리

### 3.1.1 세 활물질의 교과서 사슬 — 이 장이 놓이는 자리

앞 두 장(흑연·LCO)은 같은 골격을 공유한다. Chapter 1 은 흑연 삽입에서 결과 사슬 N0–N9 — 조건 규약·분극·평형 중심·히스테리시스·폭·평형 중·peak·broadening·지연·합산 — 을 1차원리에서 세웠고 (§1.1.3–§1.10 계열), Chapter 2 는 그 골격이 양극(LCO)으로 옮겨갈 때 무엇이 바뀌는지를 한 문장으로 요약했다: 같은 식, 파라미터만 교체, 전자 엔트로피 항 하나 추가 (§2.7). LCO 표 1의 캡션이 그것을 명시한다 — “흑연 표와 같은 자리(전위·성격· $\Delta S$ ), 양극 부호”. 곧 N1–N5 구간에서 흑연과 LCO 는 같은 식을 공유하며, 식을 다시 세우지 않고 파라미터만 교체한다.

본 장의 실리콘은 그 단순 이월을 허락하지 않는다. Si 는 삽입이 아니라 합금화로 리튬을 저장하므로 — 호스트 격자 자체가 재구성된다 — 골격의 미시 전제(동등한 자리, 이산 staging, 얇은 부피 변화)가 여럿 깨진다. 따라서 이 장은 LCO 처럼 “파라미터만 교체하면 된다”로 시작할 수 없고, 먼저 지도부터 놓는다: 골격 노드 하나하나를 Si 에 대조해, 식·부호가 그대로 성립하는 곳·형식은

유지되되 변수 의미가 바뀌는 곳·골격에 없는 항이 필요한 곳을 가른다. 이 절이 그 지도이고, §3.2 부터의 본문은 지도가 “성립”으로 표시한 노드를 케이스별로 실증하고, “새 물리”로 표시한 단 하나의 노드를 §3.4에서 다룬다. 곧 대응 지도는 이 장의 구성을 정하며, 흑연에서 확립된 물리 구조가 저장 기작이 바뀔 때 어디까지 이어지는지를 노드별로 판정한다.

**배경. 지도의 지위(범위 선언).** 본 절의 전 서술은 문헌 기반이다 — 자체 실측  $Si\ dQ/dV$  대조는 없다. “새 물리”로 분류된 노드의 1차원리 완결 유도는  $Si$  실측 확보 후의 소관이며, 여기서는 무엇이 이월되고(전하 보존) 무엇이 골격 박인가(기계 히스테리시스)의 지도만 놓는다. 근거 문헌은 아래 §3.1.2의 확립 사실 목록이 준다.

### 3.1.2 Si와 흑연의 분기 — 확립 사실 여덟, 노드별

아래 여덟은 실리콘 음극에서 확립된 사실이고, 각 사실은 골격의 어느 노드를 압박하는지로 읽는다 — 지도의 판정은 이 대응에서 나온다.

- (i) **합금화(삽입 아님).** 고온 평형은 네 중간상( $Li_{12}Si_7$  등)의 계단 plateau 를 보이나[1], 호스트 격자가 재구성된다 — 이산 staging 전제(N2·N5)를 압박.
- (ii) **전기화학적 고상 비정질화.** 상온 첫 리튬화는 결정질  $Si$ 가 비정질  $Li_xSi$ 로 바뀌며, 입자 안 결정 코어/비정질 껍질의 날카로운 이동 경계로 진행한다[2, 3] — 두-상 문법(N6·N7)의 기하가 입자 내부로 옮겨감.
- (iii) **준안정 결정화  $Li_{15}Si_4$ .** 깊은 리튬화 끝( $\approx 50$  mV)에서 갑작스런 결정화가 일어난다[4] (operando NMR로 직접 추적[17]) — 실제 이산 전이 하나(N6 부분 적용의 자리).
- (iv) **평탄역 부재의 경사 전위.** 첫 사이클 이후 비정질 경로는 plateau 없는 완만한 경사  $U(x)$ 이고, 제일원리가 이 곡선을 재현한다[5] — 이산 중심  $U_j$  부재(N2 재해석).
- (v) **거대 부피 변화  $\sim 300\%$ .**[6] 흑연( $\sim 10\%$ )과 자릿수가 달라 — 얇은-부피 전제가 깨지는 기원(N1·N3의 기계 항).
- (vi) **수백 mV 히스테리시스, 기계 기원.** 충·방전 갈림이 수백 mV 급이고, in situ 응력 측정이 소성 유동(압축  $\sim -1.75$  GPa)과 응력-전위 결합( $\sim 100\text{--}120$  mV/GPa)을 직접 보인다[7, 8] — 히스테리시스의 지배 몫이 기계적(N3 새 물리).
- (vii) **입자 크기가 1차 인자.** 임계 입자경  $\sim 150$  nm 아래에서만 첫 리튬화 균열이 없다[9] — 마이 크론 흑연에서 정량 배제됐던 입자-크기 채널이  $Si$  예선 역전(N7 재해석).
- (viii) **합금 음극의 전하 보존·speciation.** 다중 전기화학 반응·화학종 분화를 반응별 logistic 점유의 용량가중 합으로 세운 정식화가  $Li\text{--}Si$ 에서 실증되어 있다[11] — 골격 중심식(N9)이 전극 무관하게 유지된다는 직접 증거.

총람은 합금 음극 리뷰[10]가, 기계 히스의 모델 계보는 소성·SEI 점탄소성 모델[14]과 다단 상전이 경로분기 모델[12]이 준다.

### 3.1.3 네 판정과 대응 지도

판정은 네 갈래다 — 이월(식·부호 그대로)·재해석(형식 유지, 변수 의미 변경)·새 물리(골격에 없는 항 필요)·부분(일부 조건에서만). 이월 중에서도 식의 형식은 그대로 유지되되 미시 해석만

재해석 쪽으로 넘어가는 중간 결은 **구조 이월**로 따로 표기한다 — 이월과 재해석 사이의 다섯째 결이며, 표·캡션의 “다섯 결”이 이것이다. 이 갈래들은 흑연→LCO 의 순한 이월(“전부 이월 + 전자항 하나”)보다 결이 많고, 그 다양함 자체가 저장 기작이 바뀔 때 무엇이 유지되는지를 보여 준다. 표 2 가 노드별 판정이다.

| 노드                   | 판정    | 무엇이 유지되고 무엇이 깨지나(흑연·LCO 대조)                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N0 조건                | 이월    | $\sigma_d \cdot  I $ 환산은 전극 무관 — 저전위 음극 규약 그대로.                                                                                                                                |
| N1 분극                | 재해석   | 음 분극 벗기기 (§1.1.3) 는 성립하나, $ I  \rightarrow 0$ 에서도 안 사라지는 기계 (응력) 과전위 뚫이 $V_n$ 에 남는다(사실 vi).                                                                                    |
| N2 중심                | 재해석   | 이산 staging 중심 $U_j$ 부재(사실 iv) — 유효 logistic 성분(MSMR-Si[11]) 또는 연속 $U(x)$ [5] 로 대체. $\partial U / \partial T = \Delta S_{\text{rxn}} / F$ (§1.3) 관계 자체는 유지 된다(엔트로피 계수 실측 §3.2). |
| N3 히스                | 새 물리  | ★§3.4. spinodal gap 상한((1.55): $\Omega_j = 4RT$ 에서 $\approx 55$ mV, 그림 9) 으로 수백 mV 를 못 담는다.                                                                                    |
| N4 폭                 | 재해석   | 경사 성분의 “폭”은 합금 조성폭(수십 %) 이지 열적 $RT/F$ ( $\sim 26$ mV, §1.5) 가 아님 — $n_j \gg 1$ 의 현상학 폭.                                                                                        |
| N5 $\xi_{\text{eq}}$ | 구조 이월 | logistic 합 형식((1.61))은 유지(detailed balance 전극 무관; MSMR-Si 실증) — 단 “동등 격자 자리” 미시 해석은 비정질에서 소멸, 유효 파라미터화로 재해석.                                                                   |
| N6 peak              | 부분    | 날카로운 peak 문법 (§1.6) 은 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$ 탈리튬화·1차 리튬화 두-상(사실 ii-iii)에만 — 나머지는 넓은 hump.                                                                                 |
| N7 broadening        | 부분    | 두-상 broadening 틀 (§1.7) 은 부분 적용되나 기작이 다르다 — 입자 간 순차가 아니라 입자 내 코어-셸. 흑연에서 배제한 입자-크기 채널이 Si 에선 1차 인자로 역전(사실 vii).                                                                |
| N8 지연                | 구조 이월 | Eyring 유한율속 꼬리 구조 (§1.8·§1.9) 는 전극 무관. 단 $ I  \rightarrow 0$ 에서 꼬리는 소멸해도 기계 히스는 남아 “잔여 갈림 = 평형 분기” 분리 논법이 약해진다.                                                                |
| N9 합산                | 이월    | ★§3.1.4. 전하 보존 반전((1.40))이 격자 통계가 아니라 전하 회계에서 와, staging 이 무너져도 유지된다.                                                                                                          |

Table 2: 골격 노드의 Si 대응 판정 — 이월 2(N0·N9)·구조 이월 2(N5·N8)·재해석 3(N1·N2·N4)·부분 2(N6·N7)·새 물리 1(N3). 흑연→LCO 가 “전부 이월 + 전자항 하나”(표 1)였던 데 견주면, Si 는 판정이 다섯 결로 나뉜다 — 저장 기작 전환의 대가다. 근거 문헌은 §3.1.2.

### 3.1.4 핵심 불변량 — 전하 보존의 전극 중립성

지도에서 가장 중요한 칸은 N9 다. 본론 중심식 — 전하 보존 음함수(implicit function) (1.40) — 는 격자 통계가 아니라 전하 회계에서 왔으므로 (§1.2.6: 반응 뚫의 합 = 통과 전하), 이산 staging 이 무너져도 유지된다. 합금 전극의 다중 전기화학 반응·화학종 분화를 정확히 이 구조 — 반응별 logistic 점유의 용량가중 합을 고정 전하에서 뒤집기 — 로 세운 정식화가 Li-Si 에서 실증되어 있고 [11], 이는 본문 MSMR 대응 (§2.7.1)과 같은 저자 계보의 Si 판이다.

**핵심. 접목의 앵커.** 내부 전위를 결정하는 중심 구조는 흑연·LCO·Si 에 공통이다 — 고정 전하에서 반응별 평형 진행률의 용량가중 합을 뒤집어  $U_{\text{oc}}$  를 푸는 반전 (1.40). Si 접목에서 바뀌는 것은 이 구조에 들어가는 성분(전이 집합·폭·히스 항)이지 구조 자체가 아니다. 따라서 §3.3의 혼합 음극도, 두 활물질이 같은 전위 변수( $\mu$  하나)를 공유한다는 이 앵커의 *host* 곱 한 줄 일반화로 닫힌다 — 새 식이 아니라 같은 반전의 한 겹 확장이다.

성분 해석에는 한 가지 경고가 붙는다: 흑연·LCO 에서 “성분 = 상전이”였던 대응이 Si 의 경사 영역에서는 깨진다. 비정질 경로의 유효 다성분 logistic(MSMR-Si) 성분들은 물리 전이가 아니라

Table 3: 케이스별 검토 초기값(3계열) — 출발점, 피팅으로 override. 모든 수치는 원문 확인분 (tier A = 1차 문헌 정량 확정·B = 리뷰/2차 경우 또는 초록 elided). 첨자 채택 근거: <sup>a</sup> 이론 용량 ~4200 mAh/g(만충 조성[1], A)는 1차 가역 ~1000 mAh/g[2](A)의 ~4배 — 초기 비가역·조성 도달 한계 반영, 표는 1차 가역을 대표값으로. <sup>b</sup> 원소 Si 평균 전위 0.2–0.5 V는 리뷰 경우[10](B, 1차 정량 아님) — Si-C ~0.4 V[22](A)와 계열 정합. <sup>c</sup> SiO 절대 평균전위(V)는 본 조사 미확보(“확인 필요” — 순수 SiO<sub>x</sub> 1차 문헌 mV 미특정). <sup>d</sup> SiO 이론 용량 1710 mAh/g[20](A). <sup>e</sup>  $\eta_{ICE}$ 는 시료 형태 의존이 지배(계열 간 상충 아님): 미처리 SiO 58.5% → 고상반응 처리 82.1%[21](A)·Si15Gr75 블렌드 82.9%[29](A)·Si 10% 미개질 49.6% → 개질 82.9–83.3%[23](A) — 표의 대표값은 각 계열 개선/상용 조건값. <sup>f</sup> 히스 “저감”은 정성(비정질 연속 형성[19], A) — 절대 mV 미확보(확인 필요).

| 케이스                    | 가역 용량 [mAh/g]          | 평균 전위 [V]            | $\eta_{ICE}$ [%]         | 히스 규모                  | 대표 앵커 (tier)         |
|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 원소 Si                  | ~1000 <sup>a</sup>     | 0.2–0.5 <sup>b</sup> | ~70–75 <sup>e</sup>      | 수백 mV(기계)              | limthongkul2003 (A)  |
| SiO <sub>x</sub> (SiO) | 1710 <sup>d</sup> (이론) | 확인 필요 <sup>c</sup>   | 58.5 → 82.1 <sup>e</sup> | 결정질 대비 저감 <sup>f</sup> | zhang_sio2018 (A)    |
| Si-C 복합                | 3117(1차 충전)            | ~0.4                 | 82 <sup>e</sup>          | 기계 기원                  | andersen_sic2019 (A) |

곡선 기술 성분이며, 실제 이산 전이는 둘뿐이다 — 1차 리튬화 두-상(c-Si → a-Li<sub>x</sub>Si 이동 경계)과 Li<sub>15</sub>Si<sub>4</sub> 결정화·탈리튬화. §3.2의 케이스 절이 이 구분을 성분 해석에 명시한다.

### 3.1.5 장의 구성 순서

지도의 판정이 곧 이 장의 전개 순서다. 재해석·부분으로 표시된 노드(N1·N2·N4·N6·N7)는 §3.2의 케이스별 활물질(원소 Si·SiO<sub>x</sub>·Si-C 복합)이 실증한다 — 곡선 개형과 평균 전위, 1차 비가역, 성분 ≠ 상전이의 자리. 이월로 표시된 앵커(N9)는 §3.3의 혼합 음극이 두 host로 일반화한다 — 공통-μ 대정준 반전과, 그 완전 동시반응 가정이 실측 앞에서 갖는 한계(GS-2). 새 물리로 표시된 단 하나(N3)는 §3.4가 마주한다 — Larché-Cahn 응력-화학퍼텐셜 결합을 골격 문법으로 끌어오는 시도와, 닫히지 않는 부분의 공백 선언(GS-1). 마지막으로 §A가 이 전부를 코드 합성 규칙( $f_{Si}$  토글)으로 정리한다. 곧 본 장은 “흑연에서 배운 것 중 무엇이 Si에서 성립하는가”를 노드별로 판정한다.

## 3.2 케이스별 활물질 — 원소 Si·SiO<sub>x</sub>·Si-C 복합

대응 지도(§3.1)가 “Si는 골격을 버리지 않고 성분을 교체한다”로 닫혔으니, 남은 일은 그 성분 — 곡선 개형·평균 전위·1차 비가역·히스테리시스·용량 — 을 활물질 계열별로 읽는 것이다. 실리 콘계는 상용 관행상 셋으로 나뉜다: 원소 Si, 산화규소 SiO<sub>x</sub>, 탄소 복합 Si-C. 본 절은 각 계열의 실측 초기값을 정리하되, 모든 수치는 검증 문헌의 원문 확인분만 싣고(tier 명기), 계열 간 값이 어긋나는 곳은 채택 근거를 표 각주로 드러낸다. 표 3가 그 검토용 파라미터 셋이며, 이하 세 소절이 개형과 1차 vs 순환 차이를 문헌별로 잇는다.



### 3.2.1 원소 Si — 두-상 평탄역과 결정화 peak

**곡선 개형.** 첫 리튬화는 결정질 Si→비정질  $\text{Li}_x\text{Si}$  의 두-상 평탄역이며, 결정 코어/비정질 껍질의 이동 경계로 진행한다[2, 3]. 깊은 리튬화 끝(약 50 mV)에서 준안정  $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$  가 결정화해 날카로운 dQ/dV 특징을 남기고[4], operando  $^7\text{Li}$  NMR 이 이 상전이를 직접 추적한다[17]. 첫 사이클 이후의 비정질 경로는 plateau 없는 완만한 경사  $U(x)$  로, 제일원리 계산이 재현한다[5]. **1차 vs 순환 안정.** 나노 a-Si 는 첫 사이클만 두-상(a-Si/a- $\text{Li}_{2.5}\text{Si}$ )이고 이후 순환은 solid-solution 경사로 옮겨간다[15, 16] — 곧 개형 자체가 사이클 이력에 의존하며, 이것이 대응 지도 N5(성분=곡선 기술)의 실측 근거다. **용량·비가역.** 1차 가역 ~1000 mAh/g, 초기 비가역 손실 25–30%[2] — 만충 조성 이론 ~4200 mAh/g[1] 과 자릿수가 벌어지는 것은 조성 도달 한계와 첫 사이클 SEI·비정질화 소모 때문이다(표 각주 a). **히스테리시스.** 수백 mV 급이고 지배 몫이 기계적임은 in situ 응력 실측(소성 유동 ~ -1.75 GPa·결합 ~ 100–120 mV/GPa)이 직접 보인다[7, 8] — 그 취급은 §3.4(GS-1) 소관이다.

### 3.2.2 $\text{SiO}_x$ — 비정질 연속 경로와 실리케이트 비가역

**곡선 개형.**  $\text{SiO}$  는 리튬화 시 금속성  $\text{Li}_x\text{Si}$  상이  $x=3.4\text{--}3.5$  조성에서 형성되며, 결정질 Li-Si 특유의 이산 상전이 없이 연속적 비정질  $\text{Li}_x\text{Si}$  형성/분해로 진행한다(in situ  $^7\text{Li}/^{29}\text{Si}$  NMR)[19] — 경사 전위 특성이 원소 Si 보다 강화된다. **1차 비가역(핵심).** 1차 충전에서 Li 의 상당분이 리튬 실리케이트( $\text{Li}_4\text{SiO}_4$  계)· $\text{Li}_2\text{O}$  형성에 불가역 소모되며, 이 실리케이트가 부피변화 완충재로 남는다(XPS 최초 규명[18]). 그 크기는  $\eta_{\text{ICE}}$  로 정량된다: 미처리  $\text{SiO}$  58.5%, Li 분말 고상반응 처리 시 82.1%[21] — 소비 Li 의 ~40%가 1차 실리케이트/ $\text{Li}_2\text{O}$  로 간다는 직접 수치다. **용량·순환.** 이론 용량 1710 mAh/g, 주 용량손실이 초기 수 사이클에 집중되고 이후 완만화하며 열처리로 안정화 가능[20] — 순수 Si 대비 상대 안정성이 실리케이트 완충의 대가다. **히스테리시스.** 결정질 Si 대비 저감(비정질 연속 경로가 이산 상전이의 경로 분기를 줄임)이 유일한 직접 증거[19]이나, 절대 mV 는 본 조사 미확보(순수  $\text{SiO}_x$  단독 1차 문헌 mV 미특정 — 확인 필요, 표 각주 c·f).

### 3.2.3 Si-C 복합 — 상용급 개형과 피크 분리

**곡선 개형.** 상용(산업)급 Si-C 복합(원료 = 산업 배터리급 Si, 조성 Si:흑연:CMC:카본블랙 = 60:15:10:15 질량비)은 밀링 정도에 따라 개형이 달라진다: 저-밀링 시료는 ~0.1 V 뚜렷한 평탄역, 고-밀링 시료는 0.3–0.1 V 완만 경사(나노화 거동)[22]. **피크 분리(공통- 검증 자산).** 저-Si(10 wt%) 복합의 dQ/dV 는 흑연 리튬화 피크 ~0.2·0.1·0.07 V 와 탈리튬화 ~0.11·0.16·0.23 V 에 Si 별도 피크가 분리 관측된다[23] — 두 host 피크가 전위축에서 분리되어 관측된다는 이 사실이 §3.3 공통- 합성의 실측 접점이다. **용량·비가역·순환.** 1차 방전/충전 3801/3117 mAh/g,  $\eta_{\text{ICE}} \approx 82\%$ , 평균 탈리튬화 전위 ~0.4 V, 용량제한 순환(1000 mAh/g·FEC·CMC/SBR 이중 바인더)에서 1200 사이클 이상 안정[22]. 저-Si 복합의  $\eta_{\text{ICE}}$  는 개질로 49.6% → 82.9–83.3% 개선된다[23]. **미확보 주의.** 산업 폐실리콘 기반 실사용 순환[24] 은 서지만 확정(tier B) — 정량값은 확인 필요.

### 3.2.4 케이스 열특성 — 엔트로피 계수 실측

검토 파라미터에 열역학 서명을 하나 더 붙인다. Si-C 음극의 엔트로피 계수  $\partial U/\partial T$  는 전 SoC 구간에서 음(negative) 부호를 유지하며 크기 ~40–105  $\mu\text{V}/\text{K}$  이고(100% SoH 에서 -40–95, 노화

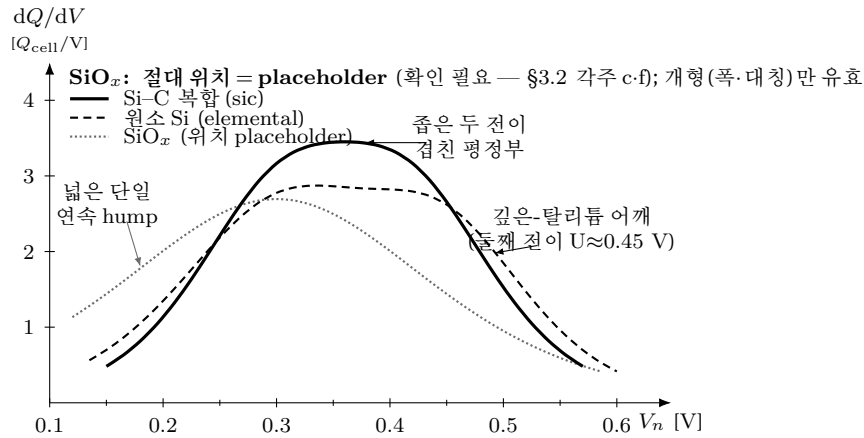


Figure 1: **Si 케이스 3계열 dQ/dV 개형 비교** — 좌표는 코드 블렌드 모델의 Si-host 기여(배경 제외 평형 중, 식 (3.10)의 Si 이중합 몫)를 실제산한 것이다. 공통 용량 분율  $f_{\text{Si}}=0.5$ (케이스별 27.1/17.9/10.7 wt%에 대응)· $T=298.15$  K에서 세 케이스가 같은 총 Si 용량( $Q_{\text{Si}}=0.97 Q_{\text{cell}}$ , 곡선 아래 면적 동일)을 서로 다르게 분포시킨 개형을 겹쳐 그렸다. 원소 Si(파선, 전이  $U=0.30 \cdot 0.45$  V·폭 0.060/0.050 V): 두-상 평탄역( $\sim 0.30\text{--}0.42$  V 평정)에 깊은-탈리튬 어깨(둘째 전이).  $\text{SiO}_x$ (회색 점선,  $w=0.090$  V): 이산 상전이 없는 비정질 연속 경로의 단일 연속 hump(§3.2.2). Si-C(굵은 실선,  $U=0.30 \cdot 0.42$  V· $w=0.050$  V): 좁은 두 전이가 겹쳐 평균 탈리튬 전위  $\sim 0.4$  V([22], tier-A)를 감싼 평정부. 케이스 셋은 표 3의 tier-C 시연값(실패값 아님, 피팅 override 전제)이며 §3.2.1–3.2.3 서술과 대응한다. **명시 표식** — (i)  $\text{SiO}_x$ 의 절대 전위·히스는 §3.2 표 각주 c·f의 확인 필요 공백(순수  $\text{SiO}_x$  1차 문헌 mV 미특정)이라 코드가 placeholder 경고를 발생시킨다; 그 가로 위치는 임의의 시연이고 개형(폭·대칭)만 유효하다. (ii) 원소 Si의 날카로운  $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$  결정화 특징( $\sim 50$  mV)은 리튬화 feature라 본 탈리튬(방전) 시연 셋에는 없다(코드 주석 명기). (iii) §3.2 표제의 “피크 분리”는 블렌드에서 Si 대 흑연 피크의 분리(식 (3.10); Si 10 wt% [23])를 가리키며, 본 Si-host 단독 그림의 Si-내부 두 전이는 이 시연 폭에서 겹쳐 완전 분리되지 않는다.

후 -45—105), 흑연보다 SoC 의존 곡선이 평탄하다(흑연 특유의 급격한 peak·변동이 없음)[25]. 이는 대응 지도 N2·N6(peak 문법 재해석)의 열역학 쪽 실측 대응이다. 발열 분해에서 가역열(엔트로피 성분)·음열·기생열 셋 중 가역열이 가장 작고(C/10 순환·음열 지배 조건), 등온 열량측정이 이를 직접 확인한다[26]; 상온 이하에서는 Si 특유의 추가 탈리튬화 발열 피크가 새로 관측된다[27](정성 신규 — 정량  $\Delta S(T)$ 는 확인 필요). 완전지 엔트로피 프로파일에서 흑연·Si 기여가 성분 분리된다는 실측[28]은 블렌드 성분 분해 가능성(§3.3)의 열역학 증거이기도 하다.

**문헌 근거.** 데이터 등급 요약(본 절) — 개형·용량· $\eta_{\text{ICE}} \cdot \partial U / \partial T$ 의 대표값은 전부 tier A 1차 문헌 정량(원소 Si 6· $\text{SiO}_x$  4·Si-C 2·열특성 4건 계열). 확인 필요(공백)로 남긴 것:  $\text{SiO}_x$  절대 평균전위· $\text{SiO}_x$  히스 절대 mV·Si 저온  $\Delta S(T)$  정량·tier B 정량값(yamada\_sio2012·lee\_sic2025 등) — 이 넷은 표에 수치로 실지 않고 명시적 공백으로 표기했다.

### 3.2.5 Si-host 정칙용액 커널 — 단일상 고용체의 Frumkin peak 과 그 식별 한계

§3.2가 원소 Si· $\text{SiO}_x$ ·Si-C 세 계열의 개형을 실측으로 읽었으니, 이 소절은 그 개형을 한 미분용량 커널로 닫는다. 핵심 주장은 하나다 — 순환 a-Si(비정질 실리콘)의 리튬화는 흑연 staging 같은 sharp 두-상 전이가 아니라 단일상 연속 고용체이며, 그 dQ/dV는 흑연이 두-상에서 쓰는 델타-퍼짐 종이 아니라 Frumkin(정칙용액) 단일상 peak으로 곧장 닫힌다. 흑연 골격(식 (1.75) 평형 peak, 식 (1.69) logistic)의 이상 극한( $\Omega=0$ )이 로지스틱 종이였듯,  $\Omega \neq 0$ 의 단일상 일반형이 이 Frumkin 종이다 — 새 물리가 아니라 같은 정칙용액 자유에너지의 단일상 가지다.



(a) 출발 — 실측 판정: a-Si 는 단일상 고용체. 두-상인지 고용체인지는 등온선 폭이 가른다. 우리 정칙용액 피팅 진단(regsol\_si)이 a-Si 전이들의 폭을 열 척도로 정규화한 값이

$$\frac{w_j^{\text{Si}}}{RT/F} = [1.45, 2.74, 1.09] \gtrsim 1, \quad (3.1)$$

곧 자연 열폭  $RT/F$  의  $\sim 1\text{--}3$  배로 넓다(전이별 실폭  $[37.3, 70.3, 28.0]$  mV 를  $RT/F \approx 25.7$  mV@298 K 로 나눈 값 — 회사가 자기  $dQ/dV$  에서 폭을 직접 읽어 계산 가능한 tier-B 진단 값이지 문헌 anchor 가 아니다). 이 정규화 값은 정의상 폭 다중도  $n_j(w_j=n_jRT/F, \text{식 (1.68)})$ 이며, 그것이  $\gtrsim 1$  인 것이 넓은 폭의 출처다(뒤 (c)에서 정밀화 — 상호작용  $\Omega$  가 아니라  $n_j$ ). 이는 흑연 두-상 전이의 평형 등온선 폭(near-delta plateau,  $w/(RT/F) \ll 0.12$ )과  $\sim 20\text{--}50\times$  대조된다 — 두-상이면 평형이 예측하는 것이 폭이 아니라 날카로운 선( $\S 1.5$  이중지위 둘째 지위)인데, a-Si 는 정반대로 평형이 유한 폭을 예측한다. 이 유한-대-델타 대조가 “a-Si = 단일상 고용체”의 실측 근거이고(단일상 판정은 폭의 크기가 아니라 폭이 유한이나 델타냐가 가른다; 크기  $n_j$  는 별개 축이다), 미시적으로는 비정질 host 의 자리 에너지 분산이 연속 고용체를 만드는 것과 정합한다 [5, 35].

(b) 연산 — Frumkin 단일상 peak 의 유도. 단일상 고용체의 전위-조성 관계는 정칙용액 화학 퍼텐셜을 전위로 환산해 얻는다. 자리 점유  $\theta$ (리튬화 진행)에 대해

$$V(\theta) = U^\circ - \frac{RT}{F} \ln \frac{\theta}{1-\theta} - \frac{\Omega}{F} (1-2\theta) \quad (3.2)$$

이고( $\theta=1-\xi$  여집합 좌표라 흑연 식 (2.9) 의  $\xi$ -형과 부호까지 동치 — 로그 몫과  $(1-2\theta)$  몫이 여집합 교환에서 각각 부호를 바꿔 상쇄), 이를  $\theta$  로 미분하면

$$\frac{dV}{d\theta} = -\frac{RT}{F} \cdot \frac{1}{\theta(1-\theta)} + \frac{2\Omega}{F} = -\frac{1}{F} \left[ \frac{RT}{\theta(1-\theta)} - 2\Omega \right]. \quad (3.3)$$

전이 용량  $Q$  에 대해  $dQ = Q d\theta$  이므로 미분용량은 연쇄율  $dQ/dV = (dQ/d\theta)/(dV/d\theta)$  로 닫히고, 절댓값을 취하면(peak 은 방향 불변 양수)

$$\boxed{\frac{dQ}{dV} = \frac{Q F}{\left| \frac{RT}{\theta(1-\theta)} - 2\Omega \right|}}, \quad \Omega < 2RT \text{ (단일상 고용체)}. \quad (3.4)$$

이것이 Si-host 전이 하나의 평형 종이다 — 흑연 평형 peak 식 (1.75) ( $Q_j\xi(1-\xi)/w_j$ )의 이상 극한과 같은 대상의  $\Omega \neq 0$  일반형이며,  $\Omega \rightarrow 0$  에서 분모  $RT/[\theta(1-\theta)]$  가 되어 로지스틱 종  $QF\theta(1-\theta)/RT$  로 정확히 환원된다(미지정 커널의 로지스틱 폴백과 bit-exact — 시드표 코드 규약). 식 (3.4) 의 열척도는  $n_j=1$  기준이고, 넓은 갤러리의 폭은 이 척도를 다중도로 키운  $w_j=n_jRT/F$ (식 (1.68))가 지며  $\Omega$  는 그 위에서 peak 의 날카로움만 바꾼다 — 폭의 출처를 아래 (c)가 정밀화한다.

부호 계산.  $\Omega$  의 세 지위(부호·극한). 아래는 열척도 기준  $n_j=1$  형(분모  $RT/[\theta(1-\theta)] - 2\Omega$ ,  $\theta=\frac{1}{2}$  에서 최소  $4RT - 2\Omega$ )의 모양 분석이다. (i)  $0 < \Omega < 2RT$ : 분모가 전 구간 양수라 단일 유한 peak(단일상).  $\Omega$  가  $2RT$  로 다가갈수록 peak 정점이  $QF/(4RT - 2\Omega)$  로 높아지고(sharpen, 곧 폭이 좁아짐),  $\Omega \rightarrow 2RT^-$  에서 발산 — 이것이 두-상 문턱이다(그 위는 miscibility gap, §3.2.5 밖). (ii)  $\Omega=0$ : 이상 로지스틱 종( $RT/F$  폭 — 곧 열척도 기준  $n_j=1$ ; 넓은 갤러리는 이 척도를  $n_jRT/F$  로 키운다, (c)). (iii)  $\Omega < 0$ (질서화 경향):  $-2\Omega > 0$  이 분모를 키워 peak 가 낮고 넓어짐(broaden). 곧 하나의  $\Omega$  는 (고정 열척도 위에서) peak 의 날카로움만 연속 조율할 뿐이고, 넓은 폭 자체의 출처는  $\Omega$  가 아니라 다중도  $n_j$ (아래 (c))다;  $\Omega < 2RT$  라는 부등호는 폭을 넓히는 조절 인자가 아니라 “새

상 없이 한 중”임을 보장하는 단일상 가드이며, 그 경계  $\Omega \rightarrow 2RT^-$  는 폭을 오히려 좁힌다(*sharpen*).

(c) 중간식 — Si-host 는 소수의 넓은 갤러리, 유일 두-상은  $c\text{-Li}_{15}\text{Si}_4$ . 연속 고용체는 하나의 매끄러운  $U(\theta)$  곡선이지만 forward 모델은 이를 소수의 넓은 *Frumkin* 중(식 (3.4))의 합으로 이산화해 근사한다. 폭의 출처(정밀) — 넓은 폭 = 다중도  $n_j$ , 상호작용  $\Omega$  아님. 각 종의 넓은 폭은 폭 다중도  $n_j > 1$ (넓은 gallery,  $w_j = n_j RT/F$ , 식 (1.68))에서 오지 상호작용  $\Omega$  에서 오지 않는다. 실제로 폭 판정 (3.1) 의 정규화 값 [1.45, 2.74, 1.09] 은 측정 폭이 낸 (유효) 다중도  $w_j/(RT/F)$  그 자체이며 이미  $\gtrsim 1$  이다. 상호작용은 정반대 방향으로 작용한다: 시드가 인력  $\Omega > 0$  (아래 적용 한계 (i)) 이면 식 (3.4) 분모의  $-2\Omega$  가 중심 분모를 줄여 peak 를 높이고 좁힌다 (§1.5 이중지위 첫째 지위의  $(1 - \Omega/2RT)$  축소와 동일;  $n_j=1$  기준 유효폭  $w_{\text{eff}} = (RT/F)(1 - \Omega/2RT) < RT/F$ ). 곧 좁힘을 되돌린 바탕  $n_j$  는 관측 정규화 값 [1.45, 2.74, 1.09] 보다 크면 컷지 작지 않으므로,  $\gtrsim 1$  의 넓이를 지는 것은 어느 경우에도  $\Omega$  가 아니라  $n_j$  이다.  $\Omega < 2RT$  는 그 넓은 종이 두-상으로 갈라지지 않게 하는 단일상 가드일 뿐(폭을 넓히는 조절 인자가 아니며, 가드 경계  $\Omega \rightarrow 2RT$  는 폭을 좁힌다) 이다. 이렇게 넓은 종들이 겹쳐 연속 경사를 재구성하되, 각 단일 종은 분모의  $\theta(1 - \theta)$  우함수성 ( $\theta = \frac{1}{2}$ )과  $V(\theta) - U^\circ$  의 기함수성 때문에 중심  $V = U^\circ$  에 대칭이라 그 자체로는 비대칭이 될 수 없고, 케이스별 개형의 비대칭은 오직 폭이 다른 여러 종의 envelope 에서만 온다(케이스별 개형은 표 3. 그림 1). 이 그림에서 예외는 하나뿐이다: 결정질 Si 의 1차 심리튬화 끝  $\sim 50\text{--}60\text{ mV}$  의  $c\text{-Li}_{15}\text{Si}_4$  결정화 plateau 는 실제 두-상 전이라 [4, 17] Frumkin 단일상 커널의 대상이 아니며(별도 sharp feature), 순환 a-Si 경로에는 부재한다 [5]. 곧 순환 Si-host 는 “넓은 고용체 갤러리 + (1차에 한한) 단일 두-상 결정화”로 갈리며, 본 커널은 앞쪽을 담고 뒤쪽은 first-cycle 전용 feature 로 분리한다(범위 분리).

(d) 박스 — 블렌드 가산 중첩의 정당성. Si-host 종을 흑연 종과 같은 전위축에 있는 것(블렌드 식 (3.10))은 두 host 가 같은 전위 변수(공통  $\mu$ , §3.3)를 공유하기 때문이며, 평형에서 관측 미분용량은 두 host 기여의 배경 위 선형 합이다:

$$\left. \frac{dQ}{dV} \right|_{U_{\text{oc}}} = C_{\text{bg}} + \sum_j \underbrace{\frac{Q_j^{\text{gr}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{gr}} (1 - \xi_{\text{eq},j}^{\text{gr}})}{w_j^{\text{gr}}}}_{\text{흑연 종}} + \sum_k \underbrace{\frac{Q_k^{\text{Si}} F}{[RT/[\theta_k(1 - \theta_k)] - 2\Omega_k^{\text{Si}}]}}_{\text{Si-host Frumkin 중(식 (3.4))}} \quad (3.5)$$

— 두 host 의 서로 다른 커널(로지스틱 종 vs Frumkin 종)이 같은  $U_{\text{oc}}$  축을 공유해 합산된다. 이 가산 중첩이 유효함은 환원차수 블렌드 모형이 혼합  $dQ/dV$  를 두 성분의 “분명한 중첩(clearly a superposition)”으로 읽은 것과 정합한다 [34](공통- $\mu$  실증 계보 — Verbrugge MSMR [11]). 다만 이 중첩은 평형 유효이고 유한 율속 블렌드의 비가산 편차는 GS-2 공백 (§3.3.2)이 별도로 진단한다.

세 가지 확인. (1) a-Si 의 넓은 peak 은 두-상을 못 맞춘 결과가 아니라 단일상의 직접 증거다. 폭 판정 (3.1) 이 정반대 방향의 실측이다: 두-상이면 평형 폭이  $\ll RT/F$  (델타)여야 하는데 a-Si 는  $\gtrsim RT/F$  ( $20\text{--}50\times$  초과)라, 넓은 종은 커널의 실패가 아니라 단일상이라는 실측의 직접 결과다(그 유한 폭의 크기는 다중도  $n_j$  가 정하지  $\Omega$  가 아니다 — (a)·(c)). 제일원리·기계학습 퍼텐셜 계산도  $a\text{-Li}_x\text{Si}$  의 연속 경사  $U(x)$  를 독립 재현한다 [5, 35]. (2)  $\Omega_{\text{Si}}$  의 식별은 제한적이다. 물리가 고정하는 것은 영역 ( $\Omega < 2RT$ , 단일상)뿐이고 점값이 아니다(아래 적용 한계 (i)). (3) 로지스틱만으로는 닫히지 않는다.  $\Omega=0$  로지스틱은 폭이  $n_j RT/F$  로만 정해지는 대칭 종(모양 고정)만 내지만, a-Si 종은 그 위에 평균장  $\Omega$  가 주는 날카로움(*peakedness*) 자유도 — sharpen( $0 < \Omega < 2RT$ )·broaden( $\Omega < 0$ ) — 하나가 더 필요하다. 이  $\Omega$  는 모양(날카로움) 인자이지 넓은 폭의 출처가 아니다(넓은 폭 =  $n_j$ , 인력  $\Omega > 0$  는 오히려 좁힘 — (c)). 그리고 단일 Frumkin 종은  $\theta = \frac{1}{2}$  대칭이라 그 자체로는 결코 비대칭이 아니며, 케이스별 개형의 비대칭은 오직 폭이 다른 여러 종의 포갠(envelope)에서만

온다(그림 1). 커널 분기가 이  $\Omega$ (모양) 자유도 하나를 열되, 미지정( $\Omega$  무입력) 시 로지스틱 폴백으로 bit-exact 회수돼 흑연 골격을 손상하지 않는다.

**주의. 적용 한계.** (i)  $\Omega_{Si}$  는 범위 시드일 뿐 점-식별 안 됨. 물리가 확정하는 것은 상성격(단일상, 곧  $\Omega < 2RT$ )뿐이고, 시드는 그 안에서 인력 쪽  $0.2RT \lesssim \Omega < 2RT$ (넓은 고용체 지향; 바닥은  $\delta$ -물리캡  $\sim 0.2RT$ , 천장은 단일상 문턱  $2RT$ )를 택하되 점값은 피팅에 위임한다 — 넓은 단일상 종은  $\Omega$  민감도가 낮아(peak 정점이  $\Omega \rightarrow 2RT$  근처에서만 급변) 상온 단일 곡선만으로는  $\Omega_{Si}$  를 잘 조이지 못한다. 요컨대 물리가 주는 것은  $\Omega$  의 숫자가 아니라 부등호( $\Omega < 2RT$ )와 시드 범위다. (ii) 폭 진단값의 tier. 식 (3.1) 의 [1.45, 2.74, 1.09] 는 우리 *regsol\_si* 피팅이 낸 tier-B 진단값(회사가 자기  $dQ/dV$  폭으로 검산 가능)이지 문헌 *anchor* 가 아니다 — 전이별 문헌  $\Omega_{Si}$  는 본 조사 미발견이라, 이 값은 폭 다중도  $n_j$  의 관측 추정일 뿐  $\Omega$  의 문헌값이 아니다. (iii) 케이스 개형은 시연값. 표 3·그림 1 의 *Si* 전이 중심·폭은 tier-C 시연값(피팅 *override* 전제)이며, 특히  $SiO_x$  절대 전위·히스  $mV$  는 순수  $SiO_x$  1차 문헌 미특정으로 “확인 필요” 공백이다. (iv)  $\omega$ -형식 대응. 식 (3.4) 은 *substitutional* 열역학 모델의  $\omega$ (상호작용) 형식 [36] 과 같은 정칙용액 골격이나, 그 원 논문의 다-사이트 파라미터화와 본 커널의 전이별  $\Omega_k^{Si}$  매핑은 피팅 단계에서 확정한다(구조 대응이지 값 1:1 아님). (v) 커널 유효범위·차원. 분모  $RT/[\theta(1-\theta)] - 2\Omega$  는 단위가  $[J/mol]$  이라  $QF/|\cdot|$  가  $[Q] \cdot C/mol \div J/mol = [Q]/V$  로 차원 정합한다.  $\Omega > 2RT$  에서는 식 (3.4) 의 *naive* 분모가 비단조·부호 반전(*van der Waals* 고리)을 내지만, 이 커널은 그 고리를 *Maxwell* 공존(*binodal*) 구성으로 해소한다 — 공존 조성  $\theta_a$  ( $\Omega \leq 2RT$  면  $\theta_a = \frac{1}{2}$  로 공존역 없음,  $\Omega > 2RT$  면 이분법근)를 구해, 바깥  $\theta < \theta_a$  (또는  $\theta > 1 - \theta_a$ ) 는 단일상 가지로 두고 안쪽 공존역  $\theta \in (\theta_a, 1 - \theta_a)$  는  $V(\theta) = U^\circ$  평탄(공통접선)으로 접어  $U^\circ$  에 평형 *near-delta* 를 세운 뒤, 그 위에 유한 폭  $\delta = w_j$  로 *broadening* 을 얹는다 — 곧 두-상 델타 + 현상학적 폭 (§1.5 이중지위 둘째 지위; *LCO* 절 §2.6.1 의 “커널의 두-상 델타  $\rightarrow$  관측 폭  $w_j$ ” 서술과 정합)이라, 두-상도 같은 커널이 *binodal* 로 처리한다. *a-Si* 는 상성격이 단일상( $\Omega < 2RT$ )이라 이 공존 분기를 타지 않을 뿐이며(이 때문에 위 (a)·(c)는 단일상 가지만 쓴다), 유일 두-상 *c-Li<sub>15</sub>Si<sub>4</sub>* 는  $\Omega > 2RT$  시드로 이 *binodal* 분기가 답을 수 있다(순환 *a-Si* 엔 부재).

**핵심. Si-host 커널 다리.** *a-Si* 는 폭 판정 (3.1) ( $w/(RT/F) \gtrsim 1$ , 흑연 두-상 델타 대비 20–50×)로 단일상 고용체이며, 그 평형 *peak* 은 *Frumkin* 중 (3.4)  $dQ/dV = QF/|RT/[\theta(1-\theta)] - 2\Omega|$  ( $\Omega < 2RT$ )로 닫힌다. 넓은 폭은 다중도  $n_j$  ( $w_j = n_j RT/F$ )가 지고,  $\Omega$  는 그 위 날카로움만 조율한다 —  $\Omega \rightarrow 2RT$  *sharpen*(좁힘)· $\Omega = 0$  로지스틱 폴백 (*bit-exact*)· $\Omega < 0$  *broaden*; 인력  $\Omega > 0$  는 폭을 넓히지 않고 좁힌다. 단일 종은  $\theta = \frac{1}{2}$  대칭이고 비대칭은 여러 종 *envelope* 에서만 온다. 유일 두-상은 1차 *c-Li<sub>15</sub>Si<sub>4</sub>* *plateau*(순환 *a-Si* 엔 부재). 블렌드 가산 중첩 (3.5) 은 공통- $\mu$  로 유효(평형 극한). 적용 한계:  $\Omega_{Si}$  는 범위 시드( $0.2RT \lesssim \Omega < 2RT$ , 인력)일 뿐 점-식별되지 않고 피팅에 위임되며, 폭 [1.45, 2.74, 1.09] 는 tier-B 진단( $n_j$  추정)이다.

### 3.3 혼합 음극 — 공통- $\mu$ 대정준 반전과 그 1차 근사 한계

흑연 다수에 실리콘 소수를 섞은 혼합(블렌드) 음극은 두 활물질이 같은 전위 변수를 공유한다 — 한 집전체·한 전해질에 담긴 두 host 는 같은 전자 상( $\phi_M$ )과 같은 이온 상( $\phi_S$ )에 접하므로, Part 0 의 전기화학 결선 (§1.2.5 식 (1.33))이 두 host 에 대해 같은 측정 전위  $V$  로 닫히고, 곧 두 host 안 Li 의 화학퍼텐셜은 평형에서 하나의  $\mu$  로 같아진다. 이것이 §3.1 이 앵커로 지목한 전하 보존의 전극 중립성 (§3.1.4)의 혼합판이며, 본 절은 그 앵커 — 다클래스 대정준 반전 (1.40) (§1.2.6) — 를 클래스콥에서 *host* 곱으로 한 줄 넓히는 일이다. 재유도가 아니라 일반화다: 유일한 근을 보증한 fluctuation 논증은 그대로 이월되고 (§3.3.1),  $f_{Si} \rightarrow 0$  에서 흑연 단독 결과가 그대로 회수된다

(§3.3.1 김산). 그러나 이 공통- $\mu$  동시반응은 평형(OCV)에서 정확하되 유한 율속 블렌드 실측과는 정성적 편차가 있으므로, §3.3.2 가 그 편차를 미결 공백 GS-2 로 분리 진단한다.

### 3.3.1 클래스곱의 host 곱 일반화

(a) 출발 — 두 host, 한 저장조. §1.2.6(a)는 전극의 자리를 전이  $j$  별 자리 클래스(site class)로 갈랐다: 클래스  $j$  는 동등 자리  $M_j$  개와 유효 자리 자유에너지  $\tilde{\epsilon}_j(T)$  를 갖고, 모든 클래스가 같은 저장조와 입자를 교환하므로 화학퍼텐셜은  $\mu$  하나뿐이었다. 혼합 음극은 자리 집합이 두 host 의 클래스 합집합일 뿐이다 —  $\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}$  마다 전이  $j = 1, \dots, N_p^{\text{host}}$  의 클래스가 있고, 클래스  $j$  는 자리 수  $M_j^{\text{host}}$  와 유효 자유에너지  $\tilde{\epsilon}_j^{\text{host}}(T)$  를 갖는다. 결정적으로, 두 host 의 자리도 같은 하나의 저장조와 교환한다(같은 전위 변수) — 저장조 관점에서 흑연 클래스와 Si 클래스는 그저  $\mu$  를 공유하는 독립 자리 클래스가 더 많아진 것이다. 가정 1(hard-core 배타)·가정 2(자리 독립)는 host 사이로도 확장한다: host 안에서든 host 사이에서든 자리들은 독립이라 둔다(이 host 간 독립 가정의 물리 한계가 §3.3.2 의 GS-2 다).

(b) 연산 — host 곱 인수분해. 대정준 합은 독립 자리별 곱으로 갈라지고 (§1.2.3 와 같은 대수), 같은 클래스의 인수  $M_j^{\text{host}}$  개는 서로 같으므로, §1.2.6(b)의 클래스곱 (1.38) 이 host 라벨 하나를 더 달고 그대로 반복된다:

$$\Xi = \prod_{\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}} \prod_{j=1}^{N_p^{\text{host}}} (\Xi_{1,j}^{\text{host}})^{M_j^{\text{host}}}, \quad \ln \Xi = \sum_{\text{host}} \sum_j M_j^{\text{host}} \ln \Xi_{1,j}^{\text{host}}, \quad \Xi_{1,j}^{\text{host}} = 1 + e^{-\beta(\tilde{\epsilon}_j^{\text{host}} - \mu)} \quad (3.6)$$

— 독립 부분계 분배함수의 표준 인수분해 (§1.2.6 가 문헌 근거와 함께 세운 그 대수)에서, 곱의 지표가  $j$  하나에서 (host,  $j$ ) 쌍으로 늘어난 것뿐이다. 근사 경계도 §1.2.6(b)의 두 곱을 이어받되 한 곱이 추가된다: (i) 클래스 안의  $\Omega_j^{\text{host}}$  는 자기무모순 평균장으로만, (ii) 클래스 사이(같은 host 내 staging 결합)의 상관은 빠지고, (iii) host 사이의 상관 — Si 팽창이 흑연 자리에 거는 기계 구속·계면 결합 — 도 이 곱에서 빠진다. 곧 식 (3.6) 은 host 간 독립까지 포함한 평균장 수준에서 정확하다.

(c) 중간식 — 평균 입자수 = host × 클래스 점유합. 식 (1.10) 의 미분 공식을 (3.6) 의 로그에 적용하면 항별로 갈라져 §1.2.6(c)의 계산이 (host,  $j$ ) 마다 반복된다:

$$\langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} = \sum_{\text{host}} \sum_j M_j^{\text{host}} \theta_j^{\text{host}}(\mu), \quad \theta_j^{\text{host}} = \frac{1}{1 + e^{+\beta(\tilde{\epsilon}_j^{\text{host}} - \mu)}} \quad (3.7)$$

—  $\theta_j^{\text{host}}$  는 점유율 (1.39) 의 host 판이다. 저장된 Li 총량은 두 host 의 클래스 크기로 가중한 점유합이다.

(d) 박스 — 공통- $\mu$  전하 보존 반전. 입자수를 전하로 읽는다. 자리당 전하  $F/N_A$  로 클래스 용량  $Q_j^{\text{host}} \equiv (F/N_A) M_j^{\text{host}}$ , host 용량  $Q^{\text{host}} \equiv \sum_j Q_j^{\text{host}}$ , 총용량  $Q \equiv \sum_{\text{host}} Q^{\text{host}}$  를 두고, 추출(탈리튬화) 전하 분율을  $\bar{x} \equiv 1 - \langle N \rangle / \sum_{\text{host}, j} M_j^{\text{host}}$  로 두면, (3.7) 에서 진행률  $\xi_{\text{eq}, j}^{\text{host}} = 1 - \theta_j^{\text{host}}$  가  $\mu \leftrightarrow V$  결선 (§1.2.5)을 거쳐 host 별 평형 진행률  $\xi_{\text{eq}, j}^{\text{host}}(V, T)$  (1.37) 이 되고, 고정된  $\bar{x}$  에서 이 등식을 만족시키는 하나의 전위가 관측 평형 전위  $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$  다:

$$\sum_{\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}} \sum_{j=1}^{N_p^{\text{host}}} Q_j^{\text{host}} \xi_{\text{eq}, j}^{\text{host}}(U_{\text{oc}}, T) = Q \bar{x}, \quad Q = Q_{\text{gr}} + Q_{\text{Si}}, \quad f_{\text{Si}} = \frac{Q_{\text{Si}}}{Q}. \quad (3.8)$$



이 식은 다클래스 반전 (1.40) 에서 단일 합  $\sum_j$  를 이중 합  $\sum_{\text{host}} \sum_j$  로 바꾼 한 줄이다 — 두 식을 나란히 두면 바뀐 것은 지표의 범위뿐이고, 전하 회계·결선·반전의 논리는 글자까지 같다.<sup>1</sup> 반전의 지위도 그대로다:  $\bar{x}$  를 고정하고 전위를 푸는 고정·함량 반전이라  $U_{\text{oc}}$  가 음함수로 앉는 것은 논리 공백이 아니라 정의상 *implicit formulation*(대정준→정준 Legendre-컬레 반전)이며, 두 host 각각 전이가 여럿이라 항상  $N_p^{\text{gr}} + N_p^{\text{Si}} \geq 2$  겹침이므로 닫힌 역이 없어 수치 유일한 근으로 푼다.  $f_{\text{Si}}$  는 그 반전에 들어가는 용량 배분 하나를 조절하는 인자이며 (§3.5 코드의 토글), 두 host 의 서로 다른 전이 집합( $U_j^{\text{host}} \cdot w_j^{\text{host}}$ , §3.2) 이 같은  $U_{\text{oc}}$  인자를 공유해 합산된다.

**검산.** 검산 세 건 — (i) 유일한 근(*fluctuation positivity*) 이월. 식 (3.7) 을  $\mu$  로 미분하면 (host,  $j$ ) 마다 *fluctuation-response*가 반복되어  $\partial\langle N \rangle / \partial\mu = \beta \sum_{\text{host}} \sum_j M_j^{\text{host}} \theta_j^{\text{host}} (1 - \theta_j^{\text{host}}) = \beta \text{var}(N) > 0$  이다 — 독립 자리 분산의 가법이 *host* 사이로도 성립 (두 *host* 의 자리는 서로 독립) 하므로, 흑연 *host* 에 Si *host* 를 더하는 일은 좌변에 양의 분산 항을 더 엮는 것일 뿐이다. 곧 §1.2.6 의 *fluctuation positivity* 유일한 근 증명(식 (1.41)) 이 재유도 없이 그대로 이월되어, 결선 (1.36) 하에서 (3.8) 좌 변은  $U_{\text{oc}}$  에 연속 순증이고  $U_{\text{oc}} \rightarrow \mp\infty$  에서  $0/Q$  로 가  $\bar{x} \in (0, 1)$  마다 근이 유일하다(가드도 이월 — 평균장 이중웰  $\Omega_j^{\text{host}} > 2RT$  의 비단조 가지는 이 보증 밖이고, 실제 반전에 쓰는 전이별 *logistic* 은 항마다 강단조라 보증 안). (ii)  $f_{\text{Si}} \rightarrow 0$  회수(*bit-exact*).  $f_{\text{Si}} = Q_{\text{Si}}/Q \rightarrow 0$  은  $Q_{\text{Si}} \rightarrow 0$  이고, Si 클래스 용량이  $Q_j^{\text{Si}} = Q_{\text{Si}} \cdot (Q_j^{\text{Si}}/Q_{\text{Si}}) \rightarrow 0$  이라 Si 이중합 항이 통째로 사라져

$$(3.8) \xrightarrow{f_{\text{Si}} \rightarrow 0} \sum_{j=1}^{N_p^{\text{gr}}} Q_j^{\text{gr}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{gr}}(U_{\text{oc}}, T) = Q_{\text{gr}} \bar{x} \quad (3.9)$$

—  $Q = Q_{\text{gr}}$  의 흑연 단독 다클래스 반전 (1.40) 로 글자까지 되돌아간다. 이는 §1.2.6 검산 (ii) 의  $N_p=1$  회수와 같은 정신의 확장 *off* 이며, §3.5 코드의 “ $f_{\text{Si}}=0 \rightarrow$  흑연 단독 *bit-exact*” 게이트의 이론적 짝이다(수치 재현이 아니라 식이 같아짐). (iii) 부호 읽기. 결선 (1.36) ( $s=+1$ ) 로  $V \uparrow \Rightarrow$  모든  $\theta_j^{\text{host}} \downarrow \Rightarrow \sum_{\text{host},j} Q_j^{\text{host}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}} \uparrow$  — 두 *host* 어디서든 전위를 올리면 추출이 진행하고,  $\bar{x}$  고정에서  $\mu$  를 푸는 일이 곧  $V$  를 푸는 일이라 그 근이 공통  $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$  다.

관측 미분용량은 이 반전의 평형 중 합성으로 곧장 적힌다 — 합산식 (1.101) 의 host 판이다:

$$\left. \frac{dQ}{dV} \right|_{U_{\text{oc}}} = C_{\text{bg}} + \sum_{\text{host} \in \{\text{gr}, \text{Si}\}} \sum_j \frac{Q_j^{\text{host}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}} (1 - \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}})}{w_j^{\text{host}}} \quad (3.10)$$

— 두 host 의 종이 같은 전위 축 위에 겹쳐 놓이고, 겹치는 전위 창에서 두 봉우리가 포갠다. 저-Si 블렌드  $dQ/dV$  에서 Si-흑연 피크가 부분 분리로 관측되는 것 (§3.2.3, Si 10 wt% [23]) 이 이 겹침의 실측 접점이며, 배경  $C_{\text{bg}}$  는 전극 단위로 한 번만 더한다(host 별 중복 가산 금지).

**핵심.** 공통- $\mu$  앵커. 혼합 음극의 중심식은 다클래스 반전 (1.40) 의 지표를  $\sum_j \rightarrow \sum_{\text{host}} \sum_j$  로 넓힌 (3.8) 하나다 — *fluctuation positivity* 유일한 근은 이월,  $f_{\text{Si}} \rightarrow 0$  흑연 회수는 식 (3.9) 로 닫힌다. 관측  $dQ/dV$  는 두 *host* 전이 기여의 배경 위 선형 합 (3.10) (§1.10 식 (1.101) 의 *host* 판) 으로 얻으며, 이것이 §3.5 코드 합성의 규칙이다.

<sup>1</sup>범위 좌표 규약 — 선언·스윙 범위는 업계 관행(공장의 질량 배합)에 맞춘 질량 분율  $m_{\text{Si}} \in [0, 0.30]$  (0–30 wt%) 기준이다. 전하 보존식 내부 변수는 용량 분율  $f_{\text{Si}} = Q_{\text{Si}}/Q$  이며 둘은 비용량 환산  $f_{\text{Si}} = m_{\text{Si}} q_{\text{Si}} / [m_{\text{Si}} q_{\text{Si}} + (1 - m_{\text{Si}}) q_{\text{gr}}]$  ( $q$  = 비용량)로 잇는다 —  $q_{\text{Si}} \gg q_{\text{gr}}$  라 wt% 수치보다 훨씬 크게 앉아,  $[0, 0.30]$  wt% 는 용량 분율로 대체로  $f_{\text{Si}} \approx 0-0.8$  에 대응한다(케이스별  $q_{\text{Si}}$  에 따라 30 wt% 에서  $f_{\text{Si}} \approx 0.54$  [원소 Si]–0.78 [Si–C]; §3.2.3·§3.3.2 의 10–30 wt% 실측 앵커 포함). wt% 기반 실측과의 대조는 이 환산을 거친다.

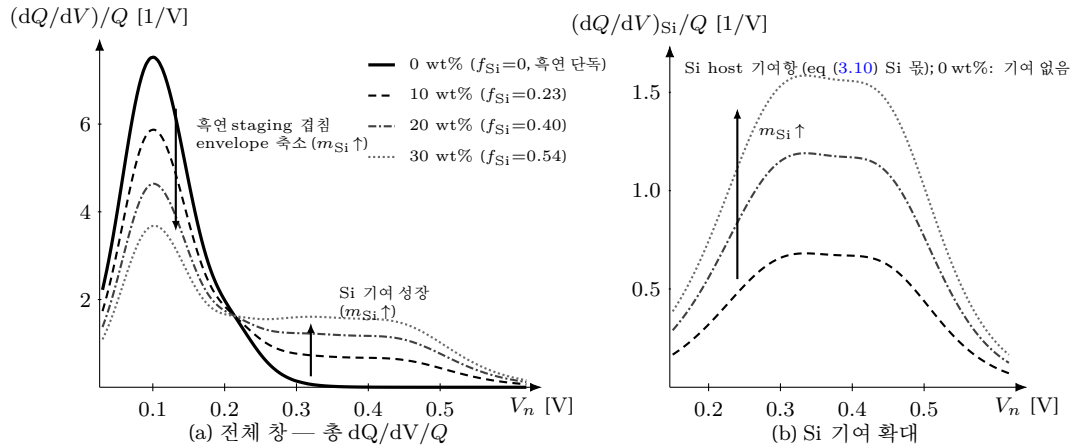


Figure 2: 블렌드  $f_{\text{Si}}$ (wt% 스위프) 가족 평형  $dQ/dV$  — 좌표는 원소 Si(elemental) host 블렌드의 평형 식 (3.10) 실제산이다: 그  $|I| \rightarrow 0$  중  $\sum_{\text{host}} \sum_j Q_j^{\text{host}} \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}} (1 - \xi_{\text{eq},j}^{\text{host}}) / w_j^{\text{host}}$  을  $T=298.15 \text{ K} \cdot C_{\text{bg}}=0$  에서 평가하고 총용량  $Q=Q_{\text{gr}}+Q_{\text{Si}}$  로 정규화했다(곡선 아래 면적 = 1 규약, 곡선당  $\sim 53\text{--}66$  표본점). 질량↔용량 환산은 §3.3.1 각주의 환산 규약  $f_{\text{Si}} = m_{\text{Si}}q_{\text{Si}}/[m_{\text{Si}}q_{\text{Si}} + (1-m_{\text{Si}})q_{\text{gr}}]$  ( $q_{\text{Si}}=1000 \text{ mAh/g}$  원소 Si 1차 가역[2], tier-A· $q_{\text{gr}}=372$ )로,  $m_{\text{Si}}=0/10/20/30 \text{ wt\%} \Rightarrow f_{\text{Si}}=0/0.230/0.402/0.535$  ( $Q=0.97/1.26/1.62/2.09 Q_{\text{cell}}$ ). (a) 전체 창: 흑연 staging 4-peak 겹침 envelope 는  $m_{\text{Si}}$  증가로 정규화 높이가  $7.5 \rightarrow 3.7 [1/V]$  로 축소하고( $Q_{\text{gr}}$  절대값은 불변이나 총용량  $Q$  가 커져 상대 몫  $1-f_{\text{Si}}$  로 줄어듦), 원소 Si 두 경사 전이(중심  $0.30/0.45 \text{ V}$ , 폭  $0.060/0.050 \text{ V}$ )의 기여가 고전위 쪽에서 성장해  $V_n \approx 0.26 \text{ V}$  부근에서 순서가 역전한다. (b) 그 Si host 몫만 떼어 확대:  $0 \rightarrow 1.585 [1/V]$  로 자란다( $f_{\text{Si}}$  에 정비례). 곡선 개형(전이 중심·폭)은 원소 Si 평균 전위대  $0.2\text{--}0.5 \text{ V}$ [10](tier-B) 안의 tier-C 시연값이며(신뢰값 아님, 피팅 override 전제), 원소 Si(elemental) 케이스는  $\text{SiO}_x$  절대전위 같은 “확인 필요” 공백을 쓰지 않는다.  $f_{\text{Si}} \rightarrow 0$  에서 (a)의 실선은 흑연 단독 평형곡선과 부동소수점까지 일치한다(bit-exact, 식 (3.9)); §1.10 그림 18 와 동일 흑연 골격).

### 3.3.2 미결 공백 GS-2 — 공통- $\mu$ 완전 동시반응은 1차 근사다

식 (3.8) 은 평형에서 정확하다 — 평형이란 접촉한 모든 상이 하나의  $\mu$  를 공유하는 상태이므로, 무한히 느린 준정적 OCV 곡선  $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$  는 두 host 가 실제로 공통 전위에 동시에 앉는다. 문제는 관측  $dQ/dV$  가 유한 율속에서 측정된다는 데 있고, 여기서 세 실측이 완전 동시반응 가정과 정성적으로 어긋난다.

문헌 근거. 블렌드 실측이 보이는 편차: · 연속체 모델은 높은  $SoC$  에서 흑연이 반응전류 대부분을 담당하다가 깊은 방전으로 갈수록 급격히 Si 상으로 전환됨을 보인다 — 서로 다른 OCV 곡선·질량분율·교환전류밀도의 결과다[30]. · 고-Si 함량(30 wt%) 블렌드를 성분 분리 측정하면 혼합 거동이 두 성분의 단순합이 아니고(비가산적), 탈리튬화 시 Si·흑연 간 유효  $C\text{-rate}$  격차가 특히 크다[31]. ·  $\text{SiO}_x$ /흑연에서 겹치는 리튬화 전위(overlapping lithiation potentials)가 실재해 공통- $\mu$  의 물리적 근거를 주지만, 바로 그 전위 중첩 구간의 계면에 양방향  $\text{Li}^+$  확산이 균열을 유발한다(대가의 실측)[33]. 이론 다리로는 §3.1.4 의 N9 실증(verbrugge\_lisi2016)과 같은 저자 계보(Verbrugge)의 MSMR 블렌드 축소모형이 있다[34].

곧 완전 동시반응(모든  $SoC$  에서 두 host 가 공통  $U_{\text{oc}}$  에 정확히 함께 반응)은 평형 극한의 1차 근사이고, 유한 율속에서는 (a)  $SoC$  구간별로 우세 반응 host 가 전환되며 (b) 혼합  $dQ/dV$  가 두 host 평형 기여의  $f_{\text{Si}}$ -가중 단순합에서 벗어난다(비가산). 이 편차의 공백 분류는 다음과 같다.

- 4분류 = 물리 가정 충돌. 식 (3.8) 의 “두 host 가 한  $U_{\text{oc}}$  에 동시반응”은 준정적(평형) 가정이다. 유한 율속의 host 전환·비가산은 이 준정적 읽기와 충돌한다 — 논리 공백(식의 결함)도, 수



치해법 문제(유일한 근은 이미 보증됨)도, 정의상 implicit(그것은  $U_{oc}$  자체의 지위)도 아니다. 평형 골격은 옳게 닫혀 있고, 어긋나는 것은 그것을 유한 율속 관측에 곧바로 등치하는 물리 가정이다.

- **범위 밖 선언.** 구간별 host 전환·비가산을 담으려면 host 별 교환전류밀도·수송·기계 구속을 넣은 반응전류 배분 모형(예: [30] 계열)이 필요하다 — 이는 평형 대정준 반전의 바깥, 동역학 층의 별도 하위 모형이고 본 장 범위 밖이다(마스터플랜 Non-goals: 구간별 전환 모델링은 후속 버전). §3.5 코드는 평형 합성(공통  $U_{oc}$  의  $f_{Si}$ -가중 합)까지만 구현하고, 유한 율속 비가산은 구현하지 않는다.
- **경계 표식.** 따라서 본 장은 두 층을 명시 분리한다 — 평형 층(정확: 식 (3.8), 유일한 근  $f_{Si} \rightarrow 0$  회수 이월) 대 유한 율속 층(1차 근사: 완전 동시반응, 편차는 GS-2 공백). 전위 중첩 구간의 실재 [33] 가 1차 근사의 부분 지지를, host 전환·비가산 [30, 31] 이 그 한계를 동시에 준다.

주의. GS-2 는 골격을 부정하지 않는다 — 식 (3.8) 의 평형 지위와 유일한 근·회수 검산은 그대로 유효하다. GS-2 가 선언하는 것은 그 평형식을 유한 율속 블렌드  $dQ/dV$  에 완전 동시반응으로 직결하는 읽기가 1차 근사라는 점, 그리고 그 편차의 정량 모델링이 범위 밖이라는 점이다. 이 명시적 분리가 없으면 §3.5 코드의  $f_{Si}$ -가중 합성 곡선을 실측과 1:1 로 오인할 위험이 있다.

### 3.4 기계 히스테리시스 — Larché–Cahn 유도 시도와 미결 공백 GS-1

대응 지도 (§3.1) 에서 골격 밖 “새 물리” 로 분류된 유일한 노드는 N3(히스테리시스)였다. 크기와 기원이 모두 다르다: 골격의 spinodal 상한 gap 은  $\Omega_j=4RT$  에서  $\approx 55$  mV(식 (1.55))인데 Si 실측 갈림은 수백 mV 이고 [10], in situ 측정이 보이는 것은 자유에너지 이중웰이 아니라 소성 유동과 응력-전위 결합이다 (§3.1 사실 vi) — 열 쪽 실측도 이를 뒷받침한다(가역열이 발열 3성분 중 최소, §3.2 [26]). 골격에 없는 것은 응력이 화학퍼텐셜에 들어가는 향이며, 그 이론틀의 표준 출발점이 개방계 고체의 응력-조성 결합 열역학(Larché–Cahn)이다 [13]. 본 절은 그 향을 골격의 결과-사슬 문법 ((a)→(d))으로 끌어와 닫히는 데까지 유도하고 (§3.4.1), 닫히지 않는 지점을 정확히 짚어 GS-1 을 미결 공백으로 선언한다 (§3.4.2).

#### 3.4.1 닫히는 데까지 — 가역 화학역학 결합의 전위 이동

(a) 출발 — 응력향을 실은 화학퍼텐셜. Part 0 의 전기화학 평형 (§1.2.5 식 (1.35))은 무응력 고체를 전제로  $\mu_{Li}(\theta_{eq}) - \mu_{Li}^{metal} = -FV$  였다. Larché–Cahn 이론은 응력 하 고체에서 이동 중(Li)의 화학퍼텐셜에 응력-부피 결합 몫을 더한다 [13]. 평균(정수압) 응력을  $\sigma_h \equiv \frac{1}{3}\text{tr}(\boldsymbol{\sigma})$ , Li 부분물 부피를  $\bar{v}_{Li} \equiv \partial v / \partial(\text{Li 함량})$  라 두면, 선형 결합의 1차 항은

$$\mu_{Li}^{host}(\theta, \sigma_h) = \mu_{Li}^0(\theta) - \bar{v}_{Li} \sigma_h \quad (3.11)$$

— 새 기호 셋( $\sigma_h$  평균 응력· $\bar{v}_{Li}$  부분물 부피·뒤의  $\Lambda_\sigma$  결합 계수)은 본 절 도입이며 골격의  $\Omega_j$ (정규용액 상호작용 [J/mol])와 무관하다. 부호 읽기 — 압축 ( $\sigma_h < 0$ )이고 삼입이 팽창을 부르면 ( $\bar{v}_{Li} > 0$ )  $-\bar{v}_{Li}\sigma_h > 0$  이라  $\mu_{Li}$  가 올라, 압축된 격자에 Li 를 더 넣기가 불리해진다(물리적으로 옳다).

(b) 연산 — 평형 조건에 대입. 식 (3.11) 을 무응력 평형 식 (1.35) 자리에 넣으면

$$\mu_{\text{Li}}^0(\theta_{\text{eq}}) - \bar{v}_{\text{Li}} \sigma_{\text{h}} - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -FV \quad (3.12)$$

이고, 무응력 극한( $\sigma_{\text{h}}=0$ )의 평형 전위를  $-FV_{\text{eq}}^0 \equiv \mu_{\text{Li}}^0(\theta_{\text{eq}}) - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}$  로 정의해 빼면 상수 덩이가 상쇄된다.

(c) 중간식 — 응력에 의한 전위 이동. 남는 것은 응력 몫뿐이라

$$V(\theta, \sigma_{\text{h}}) = V_{\text{eq}}^0(\theta) + \frac{\bar{v}_{\text{Li}}}{F} \sigma_{\text{h}} \quad (3.13)$$

— 측정 전위가 무응력 평형에서  $\frac{\bar{v}_{\text{Li}}}{F} \sigma_{\text{h}}$  만큼 어긋난다.

(d) 박스 — 응력-전위 결합 계수. 결합 계수를 정의하면

$$\Lambda_{\sigma} \equiv \frac{\partial V}{\partial \sigma_{\text{h}}} = \frac{\bar{v}_{\text{Li}}}{F}, \quad \Delta V^{\text{mech}} = \Lambda_{\sigma} (\sigma_{\text{h}}^{\text{dis}} - \sigma_{\text{h}}^{\text{chg}}). \quad (3.14)$$

리튬화(충전 라벨,  $\sigma_d = -1$ )는 압축( $\sigma_{\text{h}} < 0$ )이라 전위를 아래로, 탈리튬화(방전 라벨,  $\sigma_d = +1$ )는 인장 쪽이라 위로 옮긴다 — 곧 탈리튬화 가치는 높은 전위에 남아  $V^{\text{dis}} > V^{\text{chg}}$  로, 흑연 분기 식 (1.57) 의 부호( $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ )와 같은 방향이다(기원은 다르나 부호 규약은 일관). 여기까지 — 가역 화학역학 결합에 의한 전위 이동 — 는 골격 문법으로 두 스텝에 닫힌다.

검산. 크기 검산(정성) — 식 (3.14) 의  $\Lambda_{\sigma} = \bar{v}_{\text{Li}}/F$  는 실측 응력-전위 결합  $\sim 100\text{--}120 \text{ mV/GPa}$  그 자체다(*tier A* [8]). 같은  $\bar{v}_{\text{Li}}$  가 *Si* 의  $\sim 300\%$  만충 팽창을 부르는 부피이므로(*tier A* [6]), 두 *tier-A* 실측(팽창 크기와 결합 기울기)은  $\bar{v}_{\text{Li}}$  를 통해 서로 정합하며  $\Lambda_{\sigma}$  가  $O(100 \text{ mV/GPa})$  규모임이 자연스럽다. 단  $\bar{v}_{\text{Li}}$  의 수치(*Si* 부분물 부피)를 넣은 정량 산출( $\Lambda_{\sigma}$  의 정확한  $\text{mV/GPa}$  계산)은 검증 표 밖 입력을 요구하므로 그 정확도는 확인 필요로 남긴다 — 정성 정합(규모 일치)까지만 *tier-A* 근거로 주장한다.

### 3.4.2 닫히지 않는 데 — 미결 공백 GS-1

식 (3.14) 은 가역 결합이다: 만약 변형이 순수 탄성이라면  $\sigma_{\text{h}}$  가  $\theta$  의 단일값 함수이므로 닫힌 사이클에서  $\sigma_{\text{h}}^{\text{dis}} = \sigma_{\text{h}}^{\text{chg}}$  가 되어  $\Delta V^{\text{mech}} = 0$  — 히스테리시스가 없다. Si 히스테리시스가 존재하는 까닭은 바로 변형이 순수 탄성이 아니라 소성이기 때문이다: in situ 측정은 리튬화 시 소성 유동(압축  $\sim -1.75 \text{ GPa}$ )을 직접 보이고 [7], 소성은 경로 의존·비가역 과정이라  $\sigma_{\text{h}}$  가 리튬화 경로와 탈리튬화 경로에서 서로 다른 값을 취한다. 곧

$$\Delta V^{\text{mech}} = \Lambda_{\sigma} (\sigma_{\text{h}}^{\text{dis}} - \sigma_{\text{h}}^{\text{chg}}) \neq 0 \quad \Leftarrow \quad \sigma_{\text{h}} = \sigma_{\text{h}}(\theta, \text{이력}) \quad (\text{경로 의존}) \quad (3.15)$$

이며, 이  $\Delta V^{\text{mech}}$  를 예측하려면  $\sigma_{\text{h}}(\theta, \text{이력})$  의 구성식 — 항복 응력·유동 법칙의 탄소성, 또는 입자·SEI 점탄소성 [14], 또는 다단 상전이·결정화 경로 분기의 현상학 [12] — 이 필요하다. 이것은 평형 자유에너지  $g(\xi)$  로 적히는 양이 아니고, 별도의 소산 역학 하위 모형이다. 여기서 유도가 닫히지 않는다.

핵심. **GS-1 공백 4분류.** · 물리 가정 충돌 — 골격의 히스 *gap*(식 (1.55))은 정규용액 이중웰( $\Omega_j > 2RT$ )이라는 열역학 쌍안정에서 온다. *Si* 갈림은 소성 소산(경로 의존·비가역, 비열역학)에서 온다. 두 기작이 물리적으로 다르므로, “히스테리시스 = 평형 자유에너지 분기”라는 골격

가정이  $Si$  지배 기작과 충돌한다 (§3.1 N3-§3.2 열 서명 정합). · 유도 미완결(범위 선언, 논리 공백 아님) — 가역 결합(식 (3.14))은 닫혔다. 닫히지 않는 것은  $\sigma_h(\theta, \text{이력})$ 의 구성식(식 (3.15))이며, 이는 소산 역학 하위 모형으로 본 장 범위 밖이다(마스터플랜 *Non-goals: 1차원리 기계 히스는 Larché-Cahn* 접속이 닫히는 범위까지만 — 못 닫으면 미결 공백 유지). 유사 유도로 소성 구성식을 지어내지 않는다.

주의. 기계 히스테리시스의 가역 화학역학 결합은 식 (3.14)까지 닫힌다. 남은 공백( $GS-1$ )은 “응력항의 존재”가 아니라 “응력의 경로 의존 구성식” — 곧 범위 밖 소산 역학이다.  $Si$  전용 완결 유도(소성 구성식 접속)는  $Si$  실측 응력-전위 곡선 확보 후 후속 장소관이다.

## A 블렌드 합성 코드 요구명세

본 절은 블렌드 합성 코드의 요구명세다. 설계 관점은 하나다 — 코드는 대응 지도를 실행 가능하게 만든 것이다:  $N9$ (이월)는  $f_{Si}=0$  bit-exact 게이트로, 재해석·부분 노드 중 케이스 성분이 담는 셋 ( $N2 \cdot N4 \cdot N6$ )은  $Si$  케이스 셋 파라미터로, 새 물리·비가산 공백 ( $GS-1 \cdot GS-2$ )은 명시적 코드 경계로 들어간다(임의값으로 채우지 않는다).

### A.1 계약 — $f_{Si}=0$ 에서 흑연 단독 bit-exact

신규 클래스 `BlendedAnodeDQDV(f_Si, si_case)`(제안)는 기존 흑연 클래스 `GraphiteAnodeDischargeDQDV`를 합성으로 감싼다 — 두 `host` 인스턴스(흑연· $Si$ )를 각각 표준 진입점(`curve.dqdv.equilibrium`)으로 평가하고, 공통 전위 축에서 합친다. 최우선 계약은 하위호환이다:

$$f_{Si} = 0 \implies \text{BlendedAnodeDQDV}(\cdot) \equiv \text{GraphiteAnodeDischargeDQDV}(\cdot) \quad (\text{bit-exact}) \quad (3.16)$$

— 식 (3.8)의 검산(ii)( $Q_{Si}=0$  회수)의 코드판이다.  $Si$  합이 통째로 사라지므로 반환 배열이 흑연 단독 경로와 부동소수점까지 동일해야 한다(회귀 게이트).

### A.2 합성 — 용량 배분과 공통 $V_n$

용량은  $f_{Si}$ 로 배분되고(식 (3.8)의 정의:  $Q_{Si}=f_{Si}Q$ ,  $Q_{gr}=(1-f_{Si})Q$ ), `host` 내부 전이 배분  $\{Q_j^{\text{host}}\}$ 은 각 `host` 케이스 리스트가 정한다.  $dQ/dV$ 는 두 `host` 평형 중의 합 (3.10)을 같은  $V_{\text{app}}$  배열 위에서 평가해 얻는다 — 공통  $V_n$ 이란 두 `host`가 하나의 전위 축을 공유한다는 뜻이고, 이는 두 `host`가  $\mu$  하나를 공유한다는 물리 (§3.3.1)의 코드 표현이다. 배경 미분용량  $C_{bg}$ 는 전극 단위로 한번만 더한다(`host` 별 중복 가산 금지).

### A.3 $Si$ 케이스 셋 — `si_case` 선택자

`si_case`는 세 서브케이스를 고른다 — ‘elemental’·‘siox’·‘sic’. 각 케이스는 흑연 `GRAPHITE_STAGING_LIT`에 대응하는  $Si$  전이 초기값 리스트(제안 명: `SI_ELEMENTAL_LIT-SIOX_LIT-SIC_LIT`)를 갖고, 값은 표 3의 tier 명기 시연값이다(신뢰값 아님 — round-trip 피팅 override 전제). 케이스 리스트는 곡선 기술 성분이 물리 상전이 성분이 아님을 주석에 명시한다 (§3.1.4의 성분  $\neq$  상전이 경고).  $SiO_x$ 의 두

공백(평균 전위·절대 히스, §3.2.2)은 코드에서도 tier-C placeholder 또는 명시적 None(공백)으로 계승하고, 임의 값으로 메우지 않는다.

#### A.4 게이트와 적용 경계

코드 대응. 요구 게이트(구현 통과 조건). · **G1 bit-exact**:  $f_{Si}=0$  에서 흑연 단독과 부동소수점 동일 (§3.16)). · **G2 스위치 연속성**:  $m_{Si} \in (0, 0.30]$  (wt% 기준 스위치 —  $f_{Si}$  는 비용량 환산, §3.3.1 각주) 에서 곡선이  $f_{Si}$  에 연속(불연속 점프 없음) — 대조 데이터는  $m_{Si}(wt\%)$  스위치 실측 ([29]: 5–20·[32]: 0–20·[31]: 30 wt%, tier-A —  $[0, 20]$  wt% 연속 커버 + 30 wt% 단일점, (20, 30) 구간은 보간). · **G3 용량 보존**: 평형 산출에서 배경을 뺀 적분  $\int (dQ/dV - C_{bg}) dV = Q = Q_{gr} + Q_{Si}$  가  $f_{Si}$  전 구간에서 성립 (host 합이 총용량을 정확히 재현 — 식 (3.10) 에서 용량을 나르는 것은 host 이중합 몫뿐). 검사 창은 전 전이를 덮게 잡고 (모든  $U_j^{host}$  에서  $k w_j^{host}$  이상 여유, 잘림 오차 상한  $\sum_{host,j} Q_j^{host} e^{-k}$ ), 구적·잘림 합산 상대 공차는 구현에서 명시해 고정한다 (제안 예:  $k=20, |\Delta|/Q \leq 10^{-6}$ ).

주의. 코드 경계(공백의 코드 표현). 두 공백을 코드가 침범하지 않는다 — (i) **GS-1(기계 히스)**: BlendedAnodeDQDV 는 Si 히스테리시스를 1차원리로 합성하지 않는다. 응력 결합 항 (3.13) 은 선택적  $\Lambda_\sigma \cdot \sigma_h$  오프셋 흑으로만 노출하고 (경로 의존  $\sigma_h$  는 사용자 입력), 소성 폐합은 구현하지 않는다 (§3.4.2 범위 선언). (ii) **GS-2(비가산)**: 합성은 공통- $\mu$  완전 동시반응 1차 근사까지다 — 구간별 host 전환·비가산 보정은 구현하지 않으며 (§3.3.2 범위 밖), G2 스위치 연속성은 이 1차 근사 안에서의 연속성 검사임을 *docstring* 에 명시한다. 곧 코드가 낼 수 있는 것과 못 내는 것의 경계가 문건 공백과 1:1 이다.

이 요구명세로 구현은 흑연 단독 회귀를 깨지 않으면서 (G1) 블렌드 곡선을  $f_{Si}$  하나로 토글하고 (G2·G3), 두 미결 공백을 코드 경계로 보존한다 — 대응 지도 (§3.1) 가 문건에서 한 판정이 코드에서도 그대로 판정으로 남는다.

## References

- [1] C. J. Wen and R. A. Huggins, “Chemical diffusion in intermediate phases in the lithium-silicon system,” *J. Solid State Chem.* **37**(3), 271–278 (1981). DOI: 10.1016/0022-4596(81)90487-4. [고온 평형 Li–Si 중간상 titration 원전.]
- [2] P. Limthongkul, Y.-I. Jang, N. J. Dudney, and Y.-M. Chiang, “Electrochemically-driven solid-state amorphization in lithium-silicon alloys and implications for lithium storage,” *Acta Mater.* **51**(4), 1103 (2003). DOI: 10.1016/S1359-6454(02)00514-1.
- [3] J. Li and J. R. Dahn, “An In Situ X-Ray Diffraction Study of the Reaction of Li with Crystalline Si,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(3), A156–A161 (2007). DOI: 10.1149/1.2409862.
- [4] M. N. Obrovac and L. Christensen, “Structural Changes in Silicon Anodes during Lithium Insertion/Extraction,” *Electrochem. Solid-State Lett.* **7**(5), A93–A96 (2004). DOI: 10.1149/1.1652421. [Li<sub>15</sub>Si<sub>4</sub> 준안정 결정화.]
- [5] V. L. Chevrier and J. R. Dahn, “First Principles Model of Amorphous Silicon Lithiation,” *J. Electrochem. Soc.* **156**(6), A454–A458 (2009). DOI: 10.1149/1.3111037. [비정질 경로의 경사 전위-조성 곡선.]

- [6] L. Y. Beaulieu, K. W. Eberman, R. L. Turner, L. J. Krause, and J. R. Dahn, “Colossal Reversible Volume Changes in Lithium Alloys,” *Electrochem. Solid-State Lett.* **4**(9), A137 (2001). DOI: 10.1149/1.1388178.
- [7] V. A. Sethuraman, M. J. Chon, M. Shimshak, V. Srinivasan, and P. R. Guduru, “In situ measurements of stress evolution in silicon thin films during electrochemical lithiation and delithiation,” *J. Power Sources* **195**(15), 5062–5066 (2010). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2010.02.013. [소성 유동 ~ -1.75 GPa.]
- [8] V. A. Sethuraman, V. Srinivasan, A. F. Bower, and P. R. Guduru, “In Situ Measurements of Stress-Potential Coupling in Lithiated Silicon,” *J. Electrochem. Soc.* **157**(11) (2010). DOI: 10.1149/1.3489378. [응력-전위 결합 ~ 100–120 mV/GPa — 쪽 범위는 사용 시 Crossref 최종 대조.]
- [9] X. H. Liu, L. Zhong, S. Huang, S. X. Mao, T. Zhu, and J. Y. Huang, “Size-Dependent Fracture of Silicon Nanoparticles During Lithiation,” *ACS Nano* **6**(2), 1522–1531 (2012). DOI: 10.1021/nn204476h. [입계 ~ 150 nm.]
- [10] M. N. Obrovac and V. L. Chevrier, “Alloy Negative Electrodes for Li-Ion Batteries,” *Chem. Rev.* **114**(23), 11444–11502 (2014). DOI: 10.1021/cr500207g. [합금 음극 총람 리뷰, tier B.]
- [11] M. W. Verbrugge, D. R. Baker, and X. Xiao, “Formulation for the Treatment of Multiple Electrochemical Reactions and Associated Speciation for the Lithium-Silicon Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **163**(2), A262–A271 (2016). DOI: 10.1149/2.0581602jes. [다반 응-speciation — 전하 보존 구조의 Si 실증(MSMR 계보).]
- [12] Y. Jiang, G. Offer, J. Jiang, M. Marinescu, and H. Wang, “Voltage Hysteresis Model for Silicon Electrodes for Lithium Ion Batteries, Including Multi-Step Phase Transformations, Crystallization and Amorphization,” *J. Electrochem. Soc.* **167**(13), 130533 (2020). DOI: 10.1149/1945-7111/abbbbba.
- [13] F. Larché and J. W. Cahn, “A linear theory of thermochemical equilibrium of solids under stress,” *Acta Metall.* **21**(8), 1051–1063 (1973). DOI: 10.1016/0001-6160(73)90021-7. [응력-조성 결합 화학퍼텐셜의 이론 원전.]
- [14] L. Köbbing, A. Latz, and B. Horstmann, “Voltage Hysteresis of Silicon Nanoparticles: Chemo-Mechanical Particle-SEI Model,” *Adv. Funct. Mater.*, 2308818. DOI: 10.1002/adfm.202308818. [SEI 점탄소성 소산 히스 모델 — 인쇄 권·호는 사용 시 Crossref 최종 대조.]
- [15] J. W. Wang, Y. He, F. Fan, X. H. Liu, S. Xia, Y. Liu, C. T. Harris, H. Li, J. Y. Huang, S. X. Mao, T. Zhu, “Two-Phase Electrochemical Lithiation in Amorphous Silicon,” *Nano Lett.* **13**, 709–715 (2013). DOI: 10.1021/nl304379k.
- [16] M. T. McDowell, S. W. Lee, J. T. Harris, B. A. Korgel, C. Wang, W. D. Nix, Y. Cui, “In Situ TEM of Two-Phase Lithiation of Amorphous Silicon Nanospheres,” *Nano Lett.* **13**, 758–764 (2013). DOI: 10.1021/nl3044508.
- [17] K. Ogata, E. Salager, C. J. Kerr, A. E. Fraser, C. Ducati, A. J. Morris, S. Hofmann, C. P. Grey, “Revealing lithium-silicide phase transformations in nano-structured silicon-based



- lithium ion batteries via in situ NMR spectroscopy,” *Nat. Commun.* **5**, 3217 (2014). DOI: 10.1038/ncomms4217.
- [18] M. Miyachi, H. Yamamoto, H. Kawai, T. Ohta, M. Shirakata, “Analysis of SiO Anodes for Lithium-Ion Batteries,” *J. Electrochem. Soc.* **152**, A2089 (2005). DOI: 10.1149/1.2013210.
- [19] K. Kitada, O. Pecher, P. C. M. M. Magusin, M. F. Groh, R. S. Weatherup, C. P. Grey, “Unraveling the Reaction Mechanisms of SiO Anodes for Li-Ion Batteries by Combining in Situ  $^7\text{Li}$  and ex Situ  $^7\text{Li}/^{29}\text{Si}$  Solid-State NMR Spectroscopy,” *J. Am. Chem. Soc.* **141**, 7014–7027 (2019). DOI: 10.1021/jacs.9b01589.
- [20] L. Zhang, Y. Qin, Y. Liu, Q. Liu, Y. Ren, A. N. Jansen, W. Lu, “Capacity Fading Mechanism and Improvement of Cycling Stability of the SiO Anode for Lithium-Ion Batteries,” *J. Electrochem. Soc.* **165**, A2102–A2107 (2018). DOI: 10.1149/2.0431810jes.
- [21] J. H. Yom, S. W. Hwang, S. M. Cho, W. Y. Yoon, “Improvement of irreversible behavior of SiO anodes for lithium ion batteries by a solid state reaction at high temperature,” *J. Power Sources* **311**, 159–166 (2016). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2016.02.025.
- [22] H. F. Andersen, C. E. L. Foss, J. Voje, R. Tronstad, T. Møkkelbost, P. E. Vullum, A. Ulvestad, M. Kirkengen, J. P. Mæhlen, “Silicon-Carbon composite anodes from industrial battery grade silicon,” *Sci. Rep.* **9**, 14814 (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-51324-4.
- [23] O. Naboka, C. Yim, Y. Abu-Lebdeh, “Practical Approach to Enhance Compatibility in Silicon/Graphite Composites to Enable High-Capacity Li-Ion Battery Anodes,” *ACS Omega* **6**, 2644–2654 (2021). DOI: 10.1021/acsomega.0c04811.
- [24] Y. Lee, S. C. Hong, K. Kim, J. Park, J. Kim, B. Kang, Y. Kim, C. Lee, S. Son, B. Cho, J. Kim, S. Woo, G. Lee, K. Kang, “Multiscale Carbon-Integrated Silicon Anode for Stable Cycling Under Practical Lithium-Ion Battery Conditions,” *Adv. Energy Mater.* e04250 (2025). DOI: 10.1002/aenm.202504250.
- [25] K. Böhm, S. Zintel, P. Ganninger, J. Jäger, T. Markus, D. Henriques, “Exploring the Impact of State of Charge and Aging on the Entropy Coefficient of Silicon–Carbon Anodes,” *Energies* **17**, 5790 (2024). DOI: 10.3390/en17225790.
- [26] D. J. Arnot, E. Allcorn, K. L. Harrison, “Effect of Temperature and FEC on Silicon Anode Heat Generation Measured by Isothermal Microcalorimetry,” *J. Electrochem. Soc.* **168**, 110509 (2021). DOI: 10.1149/1945-7111/ac315c.
- [27] K. Böhm, C. Bracht, C. Kallfaß, T. Markus, D. Henriques, “Temperature-Dependent Thermal Effects and Capacity Characteristics of Silicon Anodes in Lithium-Ion Batteries,” *J. Electrochem. Soc.* **172**, 050537 (2025). DOI: 10.1149/1945-7111/adda7a.
- [28] M. E. Wojtala, A. A. Zülke, R. Burrell, M. Nagarathinam, G. Li, H. E. Hoster, D. A. Howey, M. P. Mercer, “Entropy Profiling for the Diagnosis of NCA/Gr-SiO<sub>x</sub> Li-Ion Battery Health,” *J. Electrochem. Soc.* **169**, 100527 (2022). DOI: 10.1149/1945-7111/ac87d1.
- [29] M. Gautam, G. K. Mishra, K. Bhawana, C. S. Kalwar, D. Dwivedi, A. Yadav, S. Mitra, “Relationship between Silicon Percentage in Graphite Anode to Achieve High-Energy-Density

- Lithium-Ion Batteries,” *ACS Appl. Mater. Interfaces* **16**, 45809–45820 (2024). DOI: 10.1021/acsami.4c10178.
- [30] W. Ai, N. Kirkaldy, Y. Jiang, G. Offer, H. Wang, B. Wu, “A composite electrode model for lithium-ion batteries with silicon/graphite negative electrodes,” *J. Power Sources* **527**, 231142 (2022). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2022.231142.
- [31] D. Chatzogiannakis, I. Ghilescu, G. Giannadaki, M. Cabello, M. Casas-Cabanas, M. R. Palacin, “Decoupling Silicon and Graphite Contribution in High-Silicon Content Composite Electrodes,” *Batteries & Supercaps* **8**, e202500104 (2025). DOI: 10.1002/batt.202500104.
- [32] E. Moyassari, T. Roth, S. Kücher, C.-C. Chang, S.-C. Hou, F. B. Spingler, and A. Jossen, “The Role of Silicon in Silicon-Graphite Composite Electrodes Regarding Specific Capacity, Cycle Stability, and Expansion,” *J. Electrochem. Soc.* **169**(1), 010504 (2022). DOI: 10.1149/1945-7111/ac4545. [Si 0–20 wt% 스왑 딜라토메트리·전기화학 동시 실측.]
- [33] M. Zhan, B. Jin, N. Stapf, J. Meyer, K. P. Birke, A. Fill, “Unraveling the vertical expansion and hysteresis in SiOx/graphite composite electrodes via in-situ dilatometry and cracking origins via X-ray diffraction and scanning electron microscopy,” *J. Energy Storage* **154**, 121227 (2026). DOI: 10.1016/j.est.2026.121227.
- [34] M. Tu, T. Dao, M. W. Verbrugge, B. Koch, “Mathematical Model for a Lithium-Ion Battery with a SiO/Graphite Blended Electrode Based on a Reduced Order Model Derived Using Perturbation Theory,” *J. Electrochem. Soc.* **171**, 050539 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4823.
- [35] N. Artrith, A. Urban, and G. Ceder, “Constructing first-principles phase diagrams of amorphous  $\text{Li}_x\text{Si}$  using machine-learning-assisted sampling with an evolutionary algorithm,” *J. Chem. Phys.* **148**(24), 241711 (2018). DOI: 10.1063/1.5017661. [비정질  $\text{Li}_x\text{Si}$  제일원리/ML 상도표 — 연속 경사  $U(x)$  독립 재현(단일상 고용체 근거). tier B.]
- [36] M. W. Verbrugge, D. R. Baker, B. J. Koch, X. Xiao, and W. Gu, “Thermodynamic Model for Substitutional Materials: Application to Lithiated Graphite, Spinel Manganese Oxide, Silicon, and Their Alloys,” *J. Electrochem. Soc.* **164**(11), E3243–E3253 (2017). DOI: 10.1149/2.0341708jes. [substitutional 열역학  $\omega$ (상호작용)-형식 — Frumkin 커널의 정칙용액 골격 계보(MSMR  $\omega$  형식 원전). tier B.]