

# Chapter 1

## 흑연 음극 + LCO 양극 $dQ/dV$ 이론: 한 곡선을 그리는 코드 진행을 따라가는 수식-구동판 — 유도 확장

버전 1.0.14 (코드 Anode\_Fit 1.0.14 와 동일 버전 · matched)

### 서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선  $Q(V)$ 의 미분  $dQ/dV$ 를 본다 [6, 7]. 흑연은 staging 상전이(stage 4→3→2L→2→1)를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은  $dV$ 에 큰  $dQ$ 가 몰려  $dQ/dV$ 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 Anode\_Fit\_v1.0.14.py의 curve(N0 실험조건 환산)→dqdv(N1–N9) 호출이며, 전체가 N0→N9를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다(이것이 v7 계열에서 압축됐던 부분이다). 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이 다. 본론에 앞서 Part 0 (§1.2)이 이 사슬의 평형식들을 통계역학 첫 원리(분배함수)에서 유도해 두고, 본론 N1–N9가 흑연 사슬을 닫은 뒤 Part II (§1.11)가 같은 골격을 두 번째 전극 LCO 양극에 건다 — MSMR(multi-species, multi-reaction) 동형에 전자 엔트로피 항 하나를 더한 확장이다. 문서는 Part 0 → 흑연(Part I) → Part II 세 층이다.

관측.

$dQ/dV$  상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도  $T$ , (b) 극판 전위, (c)  $C$ -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스 — 이하 ‘히스’로도 축약), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식  $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽  $\Delta G_a$  자체,  $C$ -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 지연(꼬리)을 낳는다 — 본 문건의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

## Contents

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 서론                       | 1 |
| 1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0) | 5 |

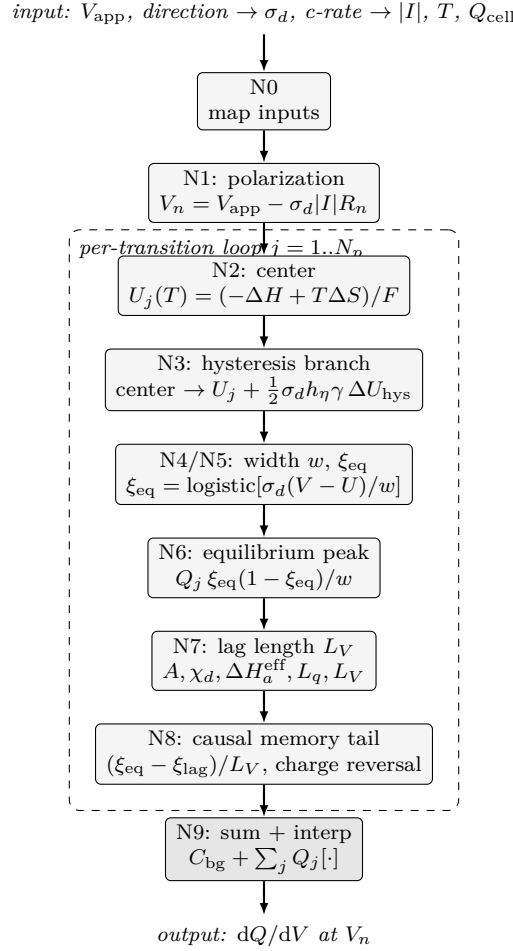


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서  $(\sigma_d, |I|, T, Q_{cell})$  로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위  $V_n$  을 얻은 뒤(N1), 전이  $j$  마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 진행률·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본 문건의 절 순서가 이 노드 순서를 따른다(통계역학 기초 Part 0 은 N0 뒤에 삽입된 기초 절). 파선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions). 그림 출처 — v7-11 의 spine 그림을 그대로 채택했다.

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (P0)</b>                            | <b>7</b>  |
| 1.2.1 앙상블과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 $\mu$                      | 7         |
| 1.2.2 단일 삽입 자리 — 2-상태 점유와 그 요동                                         | 8         |
| 1.2.3 $M$ 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피                             | 9         |
| 1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱 | 10        |
| 1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic        | 11        |
| 1.2.6 거시 열역학으로 — $G \equiv H - TS, \Delta G_j = -sFU_j$ , Nernst 식     | 13        |
| <b>1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)</b>                                    | <b>14</b> |
| 1.3.1 분극 부호 — 방향이 결정한다                                                 | 14        |
| 1.3.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유                                               | 14        |
| <b>1.4 평형 중심 <math>U_j(T)</math> — 열역학에서 (N2)</b>                      | <b>15</b> |
| 1.4.1 $G, \mu$ 와 평형 조건 — 유도                                            | 15        |

|             |                                                          |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 1.4.2       | $U_j(T)$ — 온도 환산                                         | 15        |
| <b>1.5</b>  | <b>히스테리시스 분기 중심 (N3)</b>                                 | <b>16</b> |
| 1.5.1       | 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫                 | 16        |
| 1.5.2       | gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차                           | 17        |
| 1.5.3       | 방향별 분기 중심 $U_j^d$                                        | 18        |
| <b>1.6</b>  | <b>폭과 평형 진행률 <math>\xi_{eq}</math> (N4, N5)</b>          | <b>18</b> |
| 1.6.1       | 폭 $w_j$ — 이상 극한과 그 이중지위                                  | 19        |
| 1.6.2       | 평형 진행률 $\xi_{eq}$ — logistic 의 유도                        | 19        |
| 1.6.3       | 같은 결과의 분포 관점 — $\xi_{eq}$ 는 평형 점유 분포의 여집합                | 21        |
| <b>1.7</b>  | <b>평형 peak — <math> I  \rightarrow 0</math> 기준선 (N6)</b> | <b>22</b> |
| 1.7.1       | 평형 델타가 실측 종이 되는 까닭 — broadening 과 폭 $w_j$ 의 지위           | 22        |
| <b>1.8</b>  | <b>동역학 지연 길이 <math>L_V</math> (N7)</b>                   | <b>25</b> |
| 1.8.1       | 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 $L_q$                                 | 25        |
| 1.8.2       | 켓 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력                   | 26        |
| 1.8.3       | 방향별 전달 계수와 유효 장벽                                         | 26        |
| 1.8.4       | $L_q$ 의 평가와 전압축 환산 $L_V$                                 | 27        |
| <b>1.9</b>  | <b>인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)</b>                           | <b>27</b> |
| 1.9.1       | 지수 기억 — 일반해의 이산형                                         | 28        |
| 1.9.2       | peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것                                   | 28        |
| 1.9.3       | ★충전 격자 역전 — 인과 방향                                        | 29        |
| <b>1.10</b> | <b>합산과 역보간 (N9)</b>                                      | <b>29</b> |
| 1.10.1      | staging 전이 초기값 — 피팅 출발점                                  | 30        |
| <b>1.11</b> | <b>Part II — LCO 양극: 전극-중립 골격에서 MSMR 통합까지</b>            | <b>31</b> |
| 1.11.1      | 전극-중립 골격 — 무엇이 전극 무관인가                                   | 31        |
| 1.11.2      | 방향 규약 — $\sigma_d$ 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다                | 32        |
| 1.11.3      | MSMR 예고 — 같은 logistic, 같은 부호 규약                          | 33        |
| 1.11.4      | LCO 평형 중심과 $\partial U_j / \partial T$ — 양극 부호           | 33        |
| 1.11.5      | LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀                 | 35        |
| 1.11.6      | LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)                          | 37        |
| 1.11.6.1    | 왜 흑연엔 없고 LCO엔 있나 — MIT 의 물리                              | 37        |
| 1.11.6.2    | Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도                  | 38        |
| 1.11.6.3    | $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화            | 40        |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.11.7 LCO $dQ/dV$ peak — 양극 영역의 세 봉우리 . . . . .                                           | 42        |
| 1.11.8 LCO $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 분해 — config + vib + electronic . . . . . | 43        |
| 1.11.9 forward 코드의 LCO 일반화 — 파라미터 교체 + 전자항 plug-in . . . . .                               | 44        |
| <b>1.12 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비</b>                                                          | <b>46</b> |
| 1.12.1 facade 와 전체 진행 한눈에 . . . . .                                                        | 46        |
| <b>1.13 부호 사슬 전수 계산</b>                                                                    | <b>47</b> |

## 1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 `facade curve(Vapp, direction, c_rate, Qcell, T)` 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 `dqdv` 의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호  $\sigma_d$  로, C-rate 는 전류 크기  $|I|$  로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c\_rate \cdot Q_{\text{cell}} \quad (\text{또는 } I_{\text{abs}} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

`c_rate` 는 시간 역수이므로  $Q_{\text{cell}}$  과 시간 단위를 맞춰 대입한다( $[1/h] \cdot [A \cdot h] \rightarrow [A]$ ; 코드 규격화  $Q_{\text{cell}}=1$  에서는 무차원 배율). 방향 부호의 작용처는 셋이다 — 분극 부호(N1)·분기 중심 선택(N3)·꼬리(N7·N8: 방향별 전달계수  $\chi_d$  가 꼬리 길이를, 격자 역전이 인과 기억의 진행 방향을 가른다). 평형 중 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은  $dQ/dV$  한 곡선이다.

**전이 인덱스.**  $j = 1, \dots, N_p$  ( $N_p \approx 3-4$ ). 전이  $j$  의 진행률  $\xi_j$  (방전 시  $0 \rightarrow 1$  로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중  $Q_j$ . 박스 결과식은  $j$  점자를 단다. 점유율과 진행률은  $\theta_j = 1 - \xi_j$  로 묶이며(점유  $\theta$  가  $1 \rightarrow 0$  줄어드는 것이 진행  $\xi$  가  $0 \rightarrow 1$  는는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

**부호 규약(★최우선 결함 클래스).** 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li<sup>+</sup>) 다. 방향 부호  $\sigma_d = \pm 1$  (방전 +1/충전 -1) 이 코드의 `s` 인자이며, 평형 진행률  $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V-U)/w]$  에서 방전 ( $\sigma_d = +1$ ) 은  $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$  (전위를 올리면 탈리튬화).분기 중심  $+\frac{1}{2}\sigma_d(\dots)$  는  $\sigma_d$  를 따라 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다. 이 규약은 §1.1–§1.10 과 Part II 전진에서 유지되며 §1.13 가 전수 검산한다.

| 기호(코드)                                               | 단위               | 의미                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — 실험조건·방향(N0·N1) —                                   |                  |                                                                                                                                               |
| $\sigma_d$ ( <code>s</code> , <code>sigma_d</code> ) | —                | 방향 부호 — 방전 +1/충전 -1                                                                                                                           |
| $s$ (코드 미대응)                                         | —                | 유도 전용 고정 부호 — 항상 +1(§1.4 §1.5 의 $U_j$ 정의 관례); 방향에 따라 $\pm 1$ 로 바뀌는 $\sigma_d$ 와 별개, 본문 결과-사슬 boxed 식에서 $s=1$ 대입돼 소멸(Part 0 의 박스는 $s$ 를 명시 유지) |
| $ I $ ( <code>I_abs</code> )                         | A                | 전류 크기 = $c\_rate \cdot Q_{\text{cell}}$                                                                                                       |
| $Q_{\text{cell}}$ ( <code>Q_cell</code> )            | C(또는 A h)        | 셀 용량(전하); $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 환산· $ I $ 환산 공용 — $ I $ 환산 시 <code>c_rate</code> 와 시간 단위 정합                                                 |
| $T$ (T)                                              | K                | 온도 — 스칼라(등온) 또는 $V_{\text{app}}$ 길이 배열( $T(V)$ 비등온)                                                                                           |
| $R_n$ (Rn)                                           | $\Omega$         | 음극 lumped 분극 저항                                                                                                                               |
| $V_{\text{app}}$ ( <code>V_app</code> )              | V                | 인가(측정) 전위 격자                                                                                                                                  |
| $V_n$                                                | V                | 내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d  I  R_n$                                                                                              |
| — 평형 중심·폭·진행률(N2·N4·N5) —                            |                  |                                                                                                                                               |
| $U_j(T)$                                             | V                | 전이 $j$ 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T \Delta S_{\text{rxn}})/F$                                                                      |
| ( <code>U</code> , <code>func_U_j</code> )           |                  |                                                                                                                                               |
| $\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$   | J/mol; J/(mol K) | 삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)                                                                                                                  |
| ( <code>dH_rxn</code> , <code>dS_rxn</code> )        |                  |                                                                                                                                               |
| $n_j$ (n)                                            | —                | 폭 다중도( $w = n_j RT/F$ ; $w$ 주면 $n = wF/RT$ 역산)                                                                                                |
| $w_j$ ( <code>func_w</code> )                        | V                | 전이 폭 척도 = $n_j RT/F$                                                                                                                          |
| $\xi_{\text{eq},j}$ ( <code>func_ksi_eq</code> )     | —                | 평형 진행률(logistic)                                                                                                                              |
| $Q_j$ (Q)                                            | C                | 전이 $j$ 용량 가중                                                                                                                                  |
| $C_{\text{bg}}$ ( <code>Cbg</code> )                 | C/V              | 배경 미분용량(상수 또는 $V$ 함수)                                                                                                                         |
| — 히스테리시스 분기(N3) —                                    |                  |                                                                                                                                               |

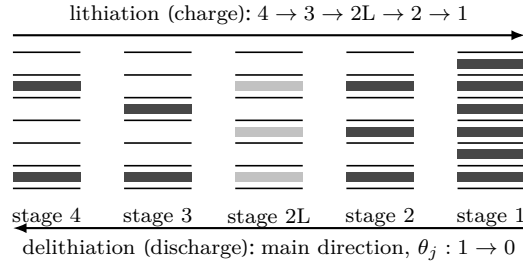


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(v7-11 유래, 그대로 채택). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1( $\text{LiC}_6$ , 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가  $dQ/dV$ 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이며( $U \approx 0.21/0.14/0.12/0.085$  V), 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

| 기호(코드)                                           | 단위                           | 의미                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $\Omega_j$ (Omega)                               | J/mol                        | 정규용액(regular solution) 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상 분리·히스)                |
| $\gamma_j$ (gamma)                               | —                            | 분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0이면분기 없음)                      |
| $\Delta U_j^{\text{hys}}$<br>(func_dU_hys)       | V                            | spinodal 상한분기 gap                                                 |
| $h_{\eta,j}$ (h_eta)                             | —                            | 부분 cycle 인자(기본 1)                                                 |
| $U_j^d$<br>(func_U_branch)                       | V                            | 방향별분기 중심                                                          |
| — 동역학 꼬리( $N7 \cdot N8$ ) —                      |                              |                                                                   |
| $\chi$ (chi, x)                                  | —                            | 전이상태 분율 위치(전달 계수); 방향별 $\chi_d$                                   |
| $\chi_d$ (func_chi_d)                            | —                            | 방향별 전달 계수 — 방전 $\chi$ /충전 $1 - \chi$                              |
| $\mathcal{A}$ (A)                                | J/mol                        | 꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ |
| $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$<br>(dH_a, dS_a) | J/mol; J/(mol K)             | 활성화 엔탈피·엔트로피(속도)                                                  |
| $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$<br>(func_dH_a_eff) | J/mol                        | 유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$                              |
| $L_{q,j}$ (func_L_q)                             | —                            | 용량축 지연 길이                                                         |
| $L_{V,j}$ (lag_len_V)                            | V                            | 전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$                               |
| $ dV/dq _{q_a}$<br>(dVdq_qa)                     | V                            | 컷점 OCV(open circuit voltage) 기울기( $L_q \rightarrow L_V$ 환산)       |
| $z_{\text{cut}}$ (z_cut)                         | —                            | 컷 affinity의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)                 |
| $A_{\text{cap}}$ (A_cap_RT)                      | —                            | 컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)                                          |
| $\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged)                | —                            | 인과저역통과된 진행률                                                       |
| — 상수 —                                           |                              |                                                                   |
| $R, F, k_B, h$                                   | J/(mol K), C/mol,<br>J/K, Js | 기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck                                  |

흑연 staging의 갤러리 채움을 그림 2에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak를 남기고, 코드의 전이 리스트 GRAPHITE\_STAGING\_LIT(4건)이 이 네 전이의 초기값이다.

이 골격의 두 번째 전극(LCO 양극) 일반화는 Part II (§1.11)가 연다. 그 전에, 본론 결과 사슬이 결과로만 받아 쓰는 평형식들( $\theta$ -점유·logistic·평균장  $\Omega$ ·Nernst)의 통계역학 유도를 바로 다음 절 Part 0

이 처음부터 놓는다.

## 1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (P0)

본론(N1–N9)의 모든 평형식은 통계역학의 한 사슬에서 나온다. 이 절은 그 사슬을 처음부터 놓는다 — 통계역학을 수강하지 않았어도 이 절만으로 본론의 출발점들이 단히도록 각 단계를 (a) 출발 → (b) 연산 → (c) 중간식 → (d) 박스로 전개하며, 양자역학은 필요하지 않다. 사슬은

$$\begin{aligned} \text{미시상태} \cdot \text{앙상블} &\rightarrow Z, \Xi \rightarrow \theta = \frac{1}{1 + e^{\beta(\epsilon - \mu)}} \rightarrow \text{lattice gas} \\ &\rightarrow \mu(\theta; \Omega) \rightarrow \xi_{\text{eq}} \text{ logistic} \rightarrow G, \text{Nernst} \end{aligned}$$

이고, 도착점들이 본론 결과 사슬 — §1.4의  $U_j(T)$ , §1.5의 히스테리시스, §1.6의  $\xi_{\text{eq}}$  — 의 입력이다.

### 1.2.1 앙상블과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 $\mu$

(a) 출발 — 미시상태·앙상블과 두 공준. 미시상태(microstate)는 계의 모든 자유도를 지정한 배치 하나이고, 거시상태(macrosate)는 에너지·부피·입자수  $(E, V, N)$  같은 소수의 거시변수만 지정한 미시상태의 집합이다. 같은 거시 조건을 공유하는 미시상태들의 모음이 앙상블(ensemble)이다. 통계역학은 두 공준으로 시작한다 — 고립계 평형에서 접근 가능한  $W$  개 미시상태는 등확률이고(공준 1), 엔트로피는 그 경우의 수의 로그다(공준 2, Boltzmann):

$$S = k_B \ln W. \quad (1.2)$$

열역학과의 접점은 근본 미분식  $dE = TdS - PdV + \mu dN$  을  $S$  에 대해 풀 형태다:

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \implies \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} = \frac{1}{T}, \quad \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E,V} = -\frac{\mu}{T}. \quad (1.3)$$

여기서  $\mu$  의 물리적 의미가 이미 보인다 — 입자 1개를 받아들일 때 엔트로피가  $\mu/T$  만큼 감소하는 값비싼 척도다. 두 계 1,2 가 입자를 교환하면 총 엔트로피 변화가  $dS_{\text{tot}} = (\frac{\mu_2}{T} - \frac{\mu_1}{T})dN_1 \geq 0$  이므로 입자는  $\mu$  가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르고, 정지 조건은  $\mu_1 = \mu_2$  — 화학퍼텐셜의 일치가 곧 입자 교환 평형이다.

(b) 연산 — 저장조와 접촉한 작은 계. 관심 계가 거대한 저장조(reservoir)와 에너지·입자를 교환한다. 계가 미시상태  $i$ (에너지  $E_i$ , 입자수  $N_i$ )에 있을 확률은 공준 1 에 의해 그때 저장조가 가질 수 있는 경우의 수에 비례한다:

$$P_i \propto W_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i) = \exp\left[\frac{S_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i)}{k_B}\right]. \quad (1.4)$$

저장조가 계보다 훨씬 크므로  $S_R$  을 1차에서 절단해 전개하면(식 (1.3) 의 두 도함수 대입)

$$S_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i) = S_R(E_{\text{tot}}, N_{\text{tot}}) - \frac{E_i}{T} + \frac{\mu N_i}{T} + \mathcal{O}(E_i^2, N_i^2). \quad (1.5)$$

(c) 중간식 — Gibbs 인자와 canonical 특수형. 식 (1.5) 을 (1.4) 에 넣으면 상수 뒤편이 규격화로 빠지고

$$P_i \propto e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T} \quad (1.6)$$



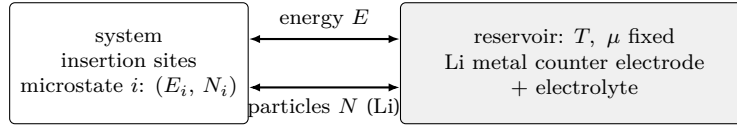


Figure 3: grand canonical 구도(신규). 관심 계(삽입 자리들)는 상대극·전해질이 이루는 큰 저장조와 에너지·입자를 모두 교환하고, 저장조는  $T$  와  $\mu$  를 고정한다. 에너지만 열면 Boltzmann 인자, 입자까지 열면 Gibbs 인자(식 (1.6)) — 지수의 자리가 하나 늘어날 뿐 논리는 같다.

— 이 지수가 *Gibbs* 인자다. 입자 교환이 없으면( $N_i$  고정)  $e^{-\beta E_i}$  의 *Boltzmann* 인자로 줄고, 그 규격화 합이 canonical 분배함수(partition function)  $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$ , 그 로그가 Helmholtz 자유에너지  $F = -k_B T \ln Z$  다( $\langle E \rangle = \partial(\beta F)/\partial\beta$ ,  $S = -\partial F/\partial T$  가 열역학 관계와 일치함이 이 명명의 근거다). 이  $F$  는 Faraday 상수  $F$  와 기호만 같고 문맥으로 갈린다 — 전자는  $\partial F/\partial T$  처럼 미분당하는 자유에너지, 후자는  $FV \cdot RT/F$  의 전하 환산 곱·나눗셈 상수다. 식 (1.3) 의  $\mu$  를  $F$  로 옮기면  $\mu = \partial F/\partial N|_{T,V}$  — 온도·부피를 고정한 채 입자 1개를 더 넣는 자유에너지 비용이며, 이것이 본론 §1.4 가 쓰는 거시 정의  $\mu = \partial G/\partial n|_{T,P}$  와 같은 양임은 §1.2.6 에서 달는다.

(d) 박스 — **grand canonical 분배함수**. 입자수까지 교환하는 앙상블이 대정준(grand canonical) 앙상블이고, 그 규격화 합과 평균 입자수는

$$\Xi = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad P_i = \frac{e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}}{\Xi}, \quad \langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \quad (1.7)$$

( $\partial \ln \Xi / \partial \mu = \beta \sum_i N_i P_i = \beta \langle N \rangle$  로 셋째 식이 첫째·둘째에서 나온다). 극한 검산 —  $\beta \rightarrow 0$  이면  $P_i \rightarrow$  등확률(열적 규율 소실),  $\beta \rightarrow \infty$  면  $E_i - \mu N_i$  최소 상태만 남는다. 삽입 전극이 정확히 이 설정이다 — 격자의 자리들이 전해질을 통해 Li 저장조(상대극 Li 금속)와 입자를 교환하므로  $\mu$  가 고정된 대정준 문제이고(그림 3), 다음 소절이 그 최소 단위(자리 하나)를 푼다.

## 1.2.2 단일 삽입 자리 — 2-상태 점유와 그 요동

(a) 출발 — **미시상태 2개**. 격자의 삽입 자리 하나를 떼면 미시상태는 둘뿐이다 — 빈 자리( $n = 0$ , 에너지 0)와 Li 1개가 든 자리( $n = 1$ , 에너지  $\varepsilon$ ; 자리 점유의 자유에너지 비용을  $\Delta\mu \equiv \varepsilon - \mu_{\text{Li}}$  로 줄여 쓴다). 자리는 전해질 너머의 Li 저장조와 입자를 교환하므로 식 (1.7) 의 대정준 설정 그대로다.

(b) 연산 — **분배함수에 두 상태 대입**. 식 (1.7) 의 합이 두 항으로 끝난다:

$$Z = \sum_{n=0,1} e^{-\beta \Delta\mu n} = 1 + e^{-\beta \Delta\mu} \quad (1.8)$$

— 엄밀히는 자리 1개의 대정준 합( $\mu$  포함)이라 §1.2.1 의 canonical  $Z$  와 앙상블이 다르지만, Chapter 2 의 단일 자리 분배함수  $Z_1$ (그 문건 식 (eq:Z1))과 같은 식이므로 그 표기에 맞추어 같은 글자  $Z$  로 적는다.

(c) 중간식 — **평균 점유**. 점유 상태의 확률이 곧 평균 점유다:

$$\langle n \rangle = 0 \cdot P_0 + 1 \cdot P_1 = \frac{e^{-\beta \Delta\mu}}{1 + e^{-\beta \Delta\mu}}, \quad (1.9)$$

그리고 식 (1.7) 의 셋째 식으로 교차검증하면  $k_B T \partial \ln Z / \partial \mu$  가 같은 결과를 준다.



(d) 박스 — 점유율  $\theta$ . 분모·분자를  $e^{-\beta\Delta\mu}$  로 나누면

$$\theta \equiv \langle n \rangle = \frac{1}{1 + e^{+\beta\Delta\mu}}. \quad (1.10)$$

극한 검산 —  $\beta \rightarrow \infty (T \rightarrow 0)$  에서  $\Delta\mu \geq 0$  에 따라  $\theta \rightarrow 0/1$  의 계단,  $\beta \rightarrow 0 (T \rightarrow \infty)$  에서  $\theta \rightarrow \frac{1}{2}$  (엔트로피 지배),  $\mu_{\text{Li}} \rightarrow \pm\infty$  에서  $\theta \rightarrow 1/0$ . ★함수형 가드 — 식 (1.10) 은 Fermi-Dirac 함수와 동형이지만 물리량은 다르다: 공유하는 것은 “한 자리에 입자 0 또는 1”이라는 배타 점유의 대수 구조뿐이고, 여기의 입자는 전자가 아니라 Li 이온이며 배타성의 근거도 양자 통계가 아니라 자리 하나에 이온 하나라는 기하다.

한 걸음 더 —  $n \in \{0, 1\}$  라  $n^2 = n$  이므로 점유의 요동(분산)이 닫힌 꼴로 나온다:

$$\text{var}(n) = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 = \theta(1 - \theta), \quad \frac{\partial \theta}{\partial(\beta\mu)} = \theta(1 - \theta) \quad (1.11)$$

(둘째 식은 식 (1.10) 의  $\beta\mu$  미분). 점유의  $\mu$ -감도 = 점유 요동 — 요동-응답 (fluctuation-response) 관계의 최소 사례이고, 본론 평형 peak 의 종  $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$  (§1.7) 의 통계적 정체가 바로 이 분산이다.

### 1.2.3 $M$ 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피

(a) 출발 — 동등·독립 자리의 집합. 결정 안에 동등한 삽입 자리가  $M$  개 있고 서로 상호작용하지 않는다고 하자 — 이 모형이 격자기체 (lattice gas) 의 이상 극한이다. 미시상태는 점유 배열  $(n_1, \dots, n_M) (n_k \in \{0, 1\})$  이고  $E = \varepsilon \sum_k n_k$ ,  $N = \sum_k n_k$  다.

(b) 연산 — 분배함수의 인수분해. 자리들이 독립이라 대정준 합이 자리별 곱으로 갈라진다:

$$\Xi_M = \sum_{n_1=0,1} \cdots \sum_{n_M=0,1} \prod_{k=1}^M e^{-\beta \Delta\mu n_k} = \prod_{k=1}^M \left[ \sum_{n_k=0,1} e^{-\beta \Delta\mu n_k} \right] = Z^M, \quad (1.12)$$

따라서 식 (1.7) 의 셋째 식으로  $\langle N \rangle = k_B T \partial(M \ln Z) / \partial\mu = M\theta$  — 거시 점유율이 단일 자리 점유 확률 (1.10) 와 같다.

(c) 중간식 — 같은 결과의 셈법 경로(교차검증). 이번엔 입자수  $n$  을 고정하고 배치를 센다.  $M$  자리에서  $n$  자리를 고르는 경우의 수  $W = M!/[n!(M-n)!]$  에 공준 2(식 (1.2)) 와 Stirling 근사  $\ln m! \simeq m \ln m - m$  을 적용하면 ( $\theta = n/M$ )

$$S_{\text{mix}} = k_B \ln W \simeq -k_B M [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)], \quad (1.13)$$

자유에너지  $F(n) = n\varepsilon - TS_{\text{mix}}$  를  $n$  으로 미분하면

$$\mu = \frac{\partial F}{\partial n} = \varepsilon + k_B T \ln \frac{\theta}{1 - \theta}. \quad (1.14)$$

한편 식 (1.10) 를  $\mu$  에 대해 뒤집어도 ( $e^{\beta\Delta\mu} = (1 - \theta)/\theta$ ) 같은 식 (1.14) 가 나온다 — 대정준 경로(자리 하나의 확률)와 셈법 경로(배치 수의 로그)가 같은  $\mu(\theta)$  에 닿는 것이 앙상블 동등성이며, 본론 §1.6.3 가 말하는 “kinetic·thermo 두 경로가 한 분포의 두 얼굴”의 평형 쪽 절반이 바로 이것이다.

(d) 박스 — 몰 단위 이상 lattice gas 화학퍼텐셜. 자리당  $k_B \cdot \varepsilon$  을 몰당  $R = N_A k_B \cdot \mu^0 \equiv N_A \varepsilon$  으로 환산하면

$$\mu(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} \quad (\text{이상 lattice gas}). \quad (1.15)$$

부호·극한 계산 —  $\theta \rightarrow 0$  에서  $\mu \rightarrow -\infty$  (거의 빈 격자에 입자를 넣는 일은 섞임 엔트로피 이득 때문에 얼마든지 값싸다),  $\theta \rightarrow 1$  에서  $+\infty$  (마지막 빈자리는 무한히 비싸다),  $\theta = \frac{1}{2}$  에서  $\mu = \mu^0$  · 자리당  $S_{\text{mix}}$  최대  $k_B \ln 2$ . 식 (1.15) 는 다음 소절  $\mu(\theta)$  의  $\Omega = 0$  특수형이고, 상호작용 몫  $\Omega(1 - 2\theta)$  를 다음 소절이 더한다.

#### 1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱

(a) 출발 — 이웃 상호작용의 평균장 근사. 실제 격자에서 자리들은 독립이 아니다 — 점유된 이웃은 다음 Li 의 삽입 에너지를 바꾼다(정전 반발·탄성 변형·전자 구조). 점유 이웃 쌍당 에너지를  $u$ , 배위수를  $z$  라 하면 정확한 상호작용 에너지는 배치마다 다르지만, 각 자리의 이웃 점유를 평균  $\theta$  로 대체하는 평균장(mean-field, Bragg-Williams) 근사에서

$$E_{\text{int}} \simeq \frac{Mz}{2} u \theta^2 \quad (1.16)$$

( $M\theta$  개 점유 자리 각각의  $z\theta$  개 점유 이웃,  $\frac{1}{2}$  은 쌍 이중계수 방지).

(b) 연산 — 항등 분해와  $\Omega$  의 정의. 자리 1몰당 상호작용 몫은  $\frac{z}{2} N_A u \theta^2$  이고, 항등식  $\theta^2 = \theta - \theta(1 - \theta)$  로 분해하면

$$\frac{z}{2} N_A u \theta^2 = \underbrace{\frac{z}{2} N_A u \theta}_{\text{선형} - \mu^0 \text{에 흡수}} + \Omega \theta(1 - \theta), \quad \Omega \equiv -\frac{z}{2} N_A u, \quad (1.17)$$

곧 점유 이웃끼리 인력( $u < 0$ )이면  $\Omega > 0$  (같은 종이 뭉치려는 상분리 경향), 반발( $u > 0$ )이면  $\Omega < 0$  (교대 정렬 경향)이다. 이 한 모수로 혼합 자유에너지를 적는 모형이 정규용액이고, 본론 표 2 의  $\Omega_j$  와 Part II 의  $\Omega_j^{\text{cat}}$  (표 밖 — 피팅 배경 전제, §1.11.5) [J/mol] 이 정확히 이 슬롯이다.

(c) 중간식 —  $g(\theta)$  와  $\mu(\theta)$ . 자리 1몰당 자유에너지에 (1.13) 의 섞임 몫과 (1.17) 의 상호작용 몫을 더하면(이하 한 전이의  $\Omega \equiv \Omega_j$ )

$$g(\theta) = \mu^0 \theta + RT [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega_j \theta(1 - \theta), \quad (1.18)$$

$\theta$  로 미분하면(로그 몫  $RT \ln[\theta/(1 - \theta)]$  — 식 (1.14) 와 같은 계산; 상호작용 몫  $\Omega_j(1 - 2\theta)$ , 상수  $\pm 1$  생략)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega_j (1 - 2\theta). \quad (1.19)$$

(그림 5 가 이 함수의 세 얼굴이다.) 진행률  $\xi = 1 - \theta$  로 옮기면 섞임 몫과  $\theta(1 - \theta) = \xi(1 - \xi)$  몫이 모두  $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$  자리바꿈에 대칭(우함수)이라 조성 몫의 꼴이 불변이고, 상수·직선 몫은 공통 접선·곡률 판정에 기여하지 않으므로  $g_j^0$  (상수와  $\xi$ -직선 몫의 묶음 — 미분에는 상수 기여만 남긴다)로 모아 적는다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT [\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi), \quad (1.20)$$

— 이 우함수 대칭이 §1.5 의 1계 미분 논거( $f'(1 - \xi) = -f'(\xi)$ )의 뿌리다.

(d) 박스 — 블록성 상실의 문턱. 식 (1.20) 를 두 번 미분하면  $g_j''(\xi) = RT/[\xi(1 - \xi)] - 2\Omega_j$  이고, 첫 항의 최솟값이  $\xi = \frac{1}{2}$  에서  $4RT$  이므로

$$\boxed{\begin{aligned} g_j''(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi &\iff \Omega_j \leq 2RT \quad (\text{단상} \cdot \text{연속 고용체; 등호는 } \Omega_j = 2RT, \xi = \frac{1}{2} \text{ 한 점}), \\ \Omega_j > 2RT &\iff \text{이중웰} \left( T_c = \frac{\Omega_j}{2R} \right). \end{aligned}} \quad (1.21)$$

$\Omega_j > 2RT$  면 가운데( $g'' < 0$ )가 언덕이 되어 두 골짜기가 생기고(그림 4), 그 변곡점 (spinodal)의

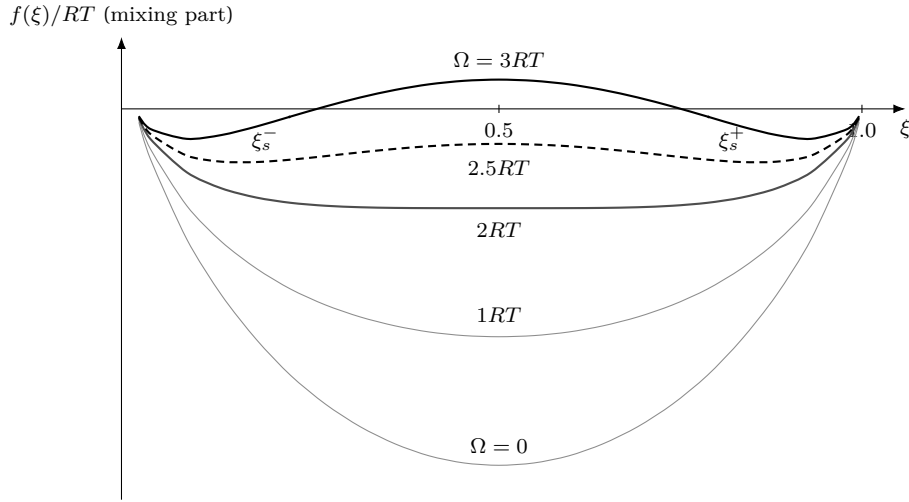


Figure 4: 정규용액 조성 자유에너지의 섞임 몫  $f(\xi)/RT = \xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi) + (\Omega/RT) \xi(1-\xi)$  (신규 그림 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가).  $\Omega \leq 2RT$  면 한 웰,  $\Omega = 2RT$  에서 바닥이 평탄해 지고 (문턱, 식 (1.21)),  $\Omega > 2RT$  면 가운데가 언덕이 된 이중웰 —  $\Omega = 3RT$  곡선의 점이 spinodal  $\xi_s^\pm = 0.2113/0.7887$  이다. 닫힌 근은 §1.5 가 닫으며, 그 절의 이중웰 그림이 이 가족 중  $\Omega = 3RT$  한 장을 확대한 것이다.

닫힌 근과 거기서 자라는 히스테리시스 gap 은 §1.5 가 닫는다 — Part 0 은 문턱까지만 놓는다. 극한 계산 —  $\Omega_j \rightarrow 0$ :  $g'' \geq 4RT > 0$  로 항상 한 웰 (§1.2.3 로 환원);  $\Omega_j \rightarrow 2RT^-$ :  $g''(\frac{1}{2}) \rightarrow 0^+$  로 바닥이 평탄해지되 아직 한 웰;  $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ : 웰이 둘로 갈라지기 시작하고  $T_c = \Omega_j/2R$  아래에서만 상분리가 산다. 이  $\mu(\theta)$  를 측정 전위에 결선하는 것이 다음 소절이다.

### 1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{\text{Li}} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic

(a) 출발 — 전기화학 퍼텐셜과 삽입 반응. 하전 종은 화학 결합의 값어치에 정전 에너지가 더해진 전기화학 퍼텐셜 (electrochemical potential) 로 평형을 판정한다:

$$\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi \quad (1.22)$$

( $z$  = 전하수,  $\phi$  = 그 종이 있는 상의 정전 퍼텐셜). 삽입 반응  $\text{Li}^+ + e^- + [\ ] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$  의 평형은 양변  $\tilde{\mu}$  합이 일치이고 (§1.4 가 결과 사슬에서 같은 균형으로 진입한다), host 안의 Li 는 중성이라  $\tilde{\mu}_{\text{Li}} = \mu_{\text{Li}}$  다:

$$(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_M) = \mu_{\text{Li}}(\theta) \quad (1.23)$$

( $\phi_S$  = 전해질,  $\phi_M$  = 작동 전극의 정전 퍼텐셜;  $z_{\text{Li}^+} = +1$ ,  $z_{e^-} = -1$ ).

(b) 연산 — 기준전극으로 측정 전위를 결선. 같은 전해질에 담긴 기준 Li 금속 전극도 자기 평형  $\text{Li}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{metal})}$  을 이룬다:

$$(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_{\text{ref}}) = \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}. \quad (1.24)$$

(1.23) 에서 (1.24) 을 빼면 전해질 몫  $(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S)$  과 전자의 화학 몫이 통째로 상쇄되고,<sup>1</sup> 측정 전위  $V \equiv \phi_M - \phi_{\text{ref}}$  (vs Li/Li<sup>+</sup>) 만 남는다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -FV. \quad (1.25)$$

<sup>1</sup> 전자 화학 몫  $\mu_{e^-}$  의 상쇄는 두 전극을 같은 재질 도선으로 읽는 측정 전위의 정의에 흡수된다 — 이중 계면의 접촉 전위차는  $V$  의 조작적 정의에 포함되어 별도 항으로 남지 않는다.

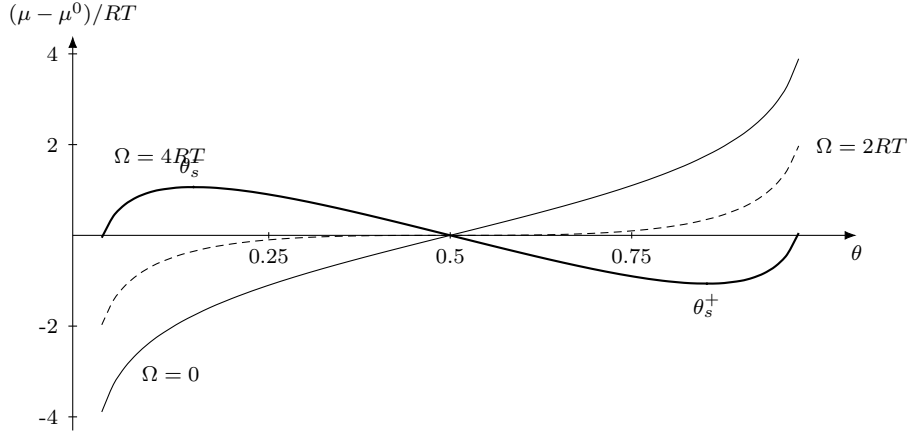


Figure 5: 격자기체 화학퍼텐셜  $(\mu(\theta) - \mu^0)/RT = \ln[\theta/(1-\theta)] + (\Omega/RT)(1-2\theta)$ 의 개형(식 (1.19); 신규 그림 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가).  $\Omega = 0$  단조(로그 뭉이 양끝을 잠금),  $\Omega = 2RT$ 에서 중심 기울기 0(문턱, 식 (1.21)),  $\Omega = 4RT$ 는 비단조 — 한  $\mu$ 에 세  $\theta$ 가 대응하는 van der Waals loop이고 극값(점)이 spinodal  $\theta_s^\pm = 0.146/0.854$ , 값  $\pm 1.066$ . §1.5 과주행 그림의  $V_{eq}(\xi)$  곡선은 이 곡선의  $\theta = 1 - \xi$  부호 반전 거울이라 같은  $\pm 1.066$ 이 나타난다.

전위를 올리면 host 안 Li의 값어치가 정확히  $-FV$ 로 내려간다 — “ $V$ 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 줄이다.

(c) 중간식 — 상수 덩이를  $U$ 로 묶기. 식 (1.25)의 상수  $\mu_{Li}^{metal}$ 를 전이 중심  $U \equiv (\mu_{Li}^{metal} - \mu^0)/F$ 로 재포장하면( $s = +1$  — §1.1 표의 유도 전용 고정 부호, 방향 부호  $\sigma_d$ 와 별개)

$$\mu_{Li}(\theta_{eq}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j \equiv \mu^0 - \mu_{Li}^{metal} = -sFU_j \quad (1.26)$$

— §1.4(N2)가 결과 사슬에서 다시 세우는 평형 조건과 글자까지 같은 식이다( $U_j > 0 \Leftrightarrow \Delta G_j < 0$ , 곧 그 전이가 자발일 전위 차이 양수라는 부호 읽기도 동일). Chapter 2의 식 (eq:muV)도 같은 관계다.

(d) 박스 — 평형 점유 logistic.  $\Omega_j = 0$ 이면 (1.15)를 (1.26)에 넣어  $RT \ln[\theta_{eq}/(1-\theta_{eq})] = -sF(V - U)$ , 로그를 풀면 닫힌 꼴이 나온다:

$$\theta_{eq}(V, T) = \frac{1}{1 + e^{+sF(V-U)/RT}}, \quad \xi_{eq}(V, T) = 1 - \theta_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V-U)/RT}}, \quad w \equiv \frac{RT}{F}. \quad (1.27)$$

자리당 언어와의 일치 검산 — 식 (1.10)의 지수는  $\beta \Delta \mu$ 이고, 몰로 올리면  $(\mu^0 - \mu_{Li})/RT$ , 여기에 (1.26)를 넣으면  $+sF(V-U)/RT$  — 정확히 (1.27)의  $\theta_{eq}$  지수다(자리당 쌍  $(k_B T, e)$ 가 몰당  $(RT, F)$ 로 한꺼번에 환산). 점유  $\theta_{eq}$ 는  $V$ 에 감소하고 탈리튬화 진행률  $\xi_{eq}$ 는 증가하는 logistic이며, 그림 6가 온도별 개형과 두 곡선의 여집합 교차를 보인다. 여기서 세 가지가 본론으로 이어진다.

- (i) 일반화는 §1.6 소관. 고정 부호  $s$  자리에 방향 부호  $\sigma_d$ , 중심에 분기 중심  $U_j^d$ (§1.5), 폭에 다중도  $w_j = n_j RT/F$ 를 넣은 것이 코드의 평형 진행률  $\xi_{eq}$ 다 — 단 지수의  $\sigma_d$ 는  $\text{logistic}[-x] = 1 - \text{logistic}[x]$ 에 의한  $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$  여집합 relabel 일 뿐 중  $\xi(1 - \xi)$ 은 불변이라, 물리 작용처(§1.1의 분극·분기·꼬리)로는 세지 않는다.
- (ii) 동역학 경로와의 합류. 같은 logistic이 Eyring 속도식의 정지점(detailed balance, §1.6)에서도 나온다 — 평형비  $\xi_{eq}/(1 - \xi_{eq}) = e^{sF(V-U)/RT}$ 가 두 경로에서 같으니, 통계(이 질)와 동역학(§1.6)은 한 분포의 두 유도다(§1.6.3의 명제를 Part 0이 평형 쪽에서 선결).
- (iii)  $\Omega_j \neq 0$ 이면 닫힌 logistic이 아니다. (1.26)에 상호작용까지 든 식 (1.19)를 넣고  $\xi$  좌표의 우함수 대칭(§1.2.4)을 쓰면  $RT \ln[\xi/(1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi) = sF(V - U)$ 의 암시적 등온선이 되고(§1.5의  $V_{eq}(\xi)$ ),  $\Omega_j > 2RT$ (식 (1.21))면 비단조다. 곧 닫힌 logistic은  $\Omega_j = 0$ 에서만 엄밀하며,  $\Omega_j \neq 0$

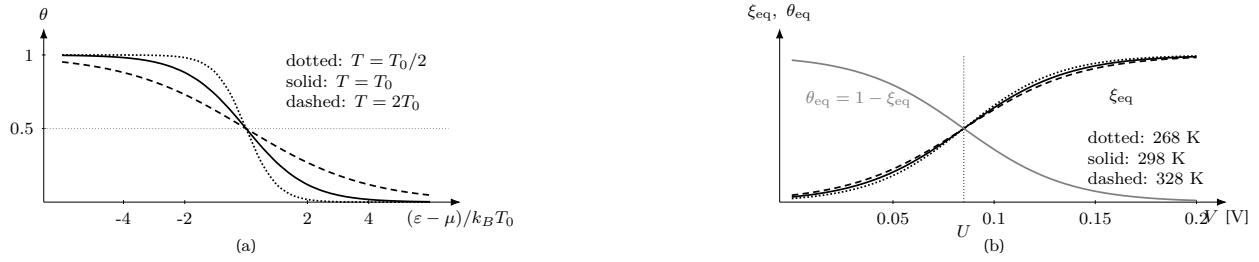


Figure 6: 단일 자리 점유와 그 전기화학 옷(신규 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가). (a) 식 (1.10)의  $\theta - \epsilon = \mu$ 에서  $\frac{1}{2}$ , 낮은  $T$  일수록 계단( $\beta \rightarrow \infty - T \rightarrow 0$  극한이 계단 함수다), 높은  $T$  일수록 완만. (b) 식 (1.27)의  $\xi_{eq}(V)$  ( $U = 0.085$  V, stage 2  $\rightarrow$  1 초기값) — 폭  $w = RT/F$ 가 23.1/25.7/28.3 mV(268/298/328 K)로  $T$ 에 비례해 열리고, 회색  $\theta_{eq} = 1 - \xi_{eq}$ 와 중심  $V = U$ 에서 교차한다( $\frac{1}{2}$ ).

전이에 같은 서식을 계속 쓰는 것의 지위(평형 예측 vs 현상학적 폭)는 §1.6의 폭 이중지위가 가른다.

**부호 계산. 부호(Part 0).**  $s = +1$ :  $V \uparrow \Rightarrow \mu_{Li} \downarrow$ (식 (1.26))  $\Rightarrow \theta_{eq} \downarrow, \xi_{eq} \uparrow$  — 전위를 올리면 탈리튬화가 진행된다(본론 규약 일치).  $V = U \Rightarrow \theta_{eq} = \xi_{eq} = \frac{1}{2}$ ,  $T \rightarrow 0$  계단( $w \rightarrow 0$ )  $\cdot T \uparrow$  폭 비례( $w = RT/F$ ). 방향 부호  $\sigma_d$ 의 작용처(분극·분기·꼬리)는 §1.1·§1.13 소관 — Part 0은  $s = +1$  고정.

### 1.2.6 거시 열역학으로 — $G \equiv H - TS$ , $\Delta G_j = -sFU_j$ , Nernst 식

(a) 출발 — 두 언어의 같은  $\mu$ . 본론 §1.4는 거시 정의 — Gibbs 자유에너지  $G \equiv H - TS$ 와  $\mu \equiv \partial G / \partial n|_{T,P}$  — 에서 출발한다. 통계역학 쪽 정의는 §1.2.1의  $\mu = \partial F / \partial N|_{T,V}$  였다. 둘의 다리는  $G = F + PV$ 다 — 응축상 격자에 이온 1몰을 넣을 때의  $P\Delta v$  몫은  $RT \cdot$  전기 일( $FV$ ) 스케일에 비해 무시되므로

$$\mu = \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P} \simeq \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} \quad (\text{삽입 고체: } P\Delta v \ll RT, FV) \quad (1.28)$$

— §1.2.3-§1.2.5에서 세운  $\mu(\theta)$ 를 본론의 거시  $\mu$  자리에 그대로 꽂아도 되는 근거가 이 한 줄이다.

(b) 연산 — 반응 자유에너지의  $H, S$  분해. (1.26)의 비배치 몫  $\Delta G_j = \mu^0 - \mu_{Li}^{\text{metal}}$ 은 온도의 함수이고,  $G \equiv H - TS$ 를 반응 차분에 적용하면  $\Delta G_j(T) = \Delta H_{rxn,j} - T\Delta S_{rxn,j}$ 다. (c) 중간식 — 평형 중심의 온도 환산. 이를  $\Delta G_j = -sFU_j$ 와 등치하면  $\Delta H_{rxn,j} - T\Delta S_{rxn,j} = -FU_j(T)(s=1)$  — 그 이항이 §1.4의 결과 박스( $U_j(T) \cdot \partial U_j / \partial T = \Delta S_{rxn,j} / F$ )이며, 박스는 그 절의 것을 그대로 쓰고 여기 다시 적지 않는다.

(d) 박스 — Nernst 식으로 마감. 마지막으로 (1.27)의  $\xi_{eq}$ 를 전위에 대해 뒤집으면( $\xi/(1-\xi) = e^{sF(V-U)/RT}$ 의 로그) 이상 극한( $\Omega_j = 0$ )의 평형 전위 곡선이 닫힌다:

$$\Delta G_j = -sFU_j, \quad V_{eq}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} \quad (\Omega_j = 0, s = +1). \quad (1.29)$$

로그 몫의 정체는 (1.13) 섞임 엔트로피의 부분 몫이다 — Nernst 식의  $\ln[\xi/(1-\xi)]$ 는 곡선맞춤이 아니라 배치 샘플에서 온다(Chapter 2의 식 (eq:Vxi)가 같은 결론을 발열 관점에서 재사용한다). 극한·부호 계산 —  $\xi = \frac{1}{2}$ 에서  $V = U_j$ (중심),  $T \uparrow$ 이면 로그 몫의 기울기(폭  $w = RT/F$ )가 비례해 커지고,  $\Delta S_{rxn,j} > 0$ 이면 중심이 온도에 오른다. 상호작용 몫  $\Omega_j(1-2\xi)/sF$ 를 더하면 §1.5의  $V_{eq}(\xi)$ 로 확장되고,  $\Omega_j > 2RT$ 의 비단조가 히스테리시스로 이어진다.

**핵심. Part 0 사다리.** 등확률 (1.2)  $\rightarrow$  Gibbs 인자· $\Xi$  (1.7)  $\rightarrow$  단일 자리  $\theta$  (1.10)·요동 (1.11)  $\rightarrow$  lattice gas·섞임 엔트로피 (1.13)  $\rightarrow$  평균장  $\Omega$  (1.19)·(1.20)·문턱 (1.21)  $\rightarrow$  전위 손잡이 (1.26)  $\rightarrow$  logistic (1.27)·

*Nernst* (1.29). 본론이 결과로 쓰는 평형식의 전 유도가 이 사다리에 있다 — 이후 절은 같은 사다리를 결과 사슬(코드 진행  $N1-N9$ ) 순서로 다시 밟는다.

### 1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 `dqdv` 의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위  $V_{app}$  에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위  $V_n$  이다.

#### 1.3.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기  $|I|$  가 lumped 저항  $R_n$  을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기  $|I|R_n$  이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이므로 한 방향(방전)에서

$$V_{app} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.30)$$

로 적는다 — 방전( $\sigma_d = +1$ )은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다( $V_{app} > V_n$ ). 충전( $\sigma_d = -1$ )은 부호가 반대다. (b) 연산 —  $V_n$  으로 이항. 식 (1.30) 을  $V_n$  에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.31)$$

(c) 두 방향을 한 식으로.  $\sigma_d$  가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.31) 가 곧 박스다:

$$V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.32)$$

이것이 코드의 `V_n = V_in - sigma_d * I_abs * self.Rn` 한 줄이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서  $V_n = V_{app} - |I|R_n < V_{app}$  (측정이 내부보다 높음), 충전에서  $V_n = V_{app} + |I|R_n > V_{app}$  — 이며,  $|I| \rightarrow 0$  또는  $R_n = 0$  에서  $V_n = V_{app}$  로 두 전위가 일치한다.

#### 1.3.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은  $V_n$  을 직접 쓰지 않고,  $V_n$  의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자(수치 grid — 결정 lattice 와 무관)  $V_{work}$  위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리 (§1.9)가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다.  $v_{lo} = \min V_n$ ,  $v_{hi} = \max V_n$ ,  $\Delta v = v_{hi} - v_{lo}$  로

$$V_{work} = \text{linspace}(v_{lo} - p_{lo} \Delta v, v_{hi} + p_{hi} \Delta v, n_{work}), \quad \Delta_{grid} = V_{work,1} - V_{work,0}, \quad (1.33)$$

패딩  $p_{lo} = p_{hi} = 0.15$ , 점 수  $n_{work} = \max(2048, 2 \text{len}(V_n))$  이다( $\text{len}(\cdot)$  는 배열 원소 개수 — 이 문건에서  $|\cdot|$  는 물리량 크기 전용이라 격자 점 수엔  $\text{len}(\cdot)$  를 쓴다; 코드 `grid_pad_lo/hi, n_work_min`). 스펠  $\Delta v = v_{hi} - v_{lo}$  는 하한 `v_span_floor` =  $10^{-6}$  V 로 바닥진다(단일점·스칼라 입력의 격자 퇴화 가드). 온도가 배열  $T(V)$  이면 같은 격자 위로 보간해  $T_{work}$  를 얻고( $T_{rep} = \overline{T_{work}}$  는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면  $T_{work} \equiv T$  다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 깔린다:  $dQ/dV|_{work} \leftarrow C_{bg}(V_{work})$ . 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막에  $V_n$  으로 역보간된다.

핵심. 세 전위.  $V_{app}$ (측정)· $V_n$ (내부, 식 (1.32))· $V_{work}$ (계산 격자, 식 (1.33))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은  $V_{work}$  위에서 풀고, 출력만  $V_n$  으로 되돌린다.



다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심  $U_j(T)$  — 으로 들어간다. 그 식이 어디서 오는지를 보이려면 먼저 평형을 판정하는 자유에너지 언어가 필요하므로, 다음 절은  $G \rightarrow \mu \rightarrow$  평형 조건의 다리부터 놓는다.

## 1.4 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이  $j$  의 평형 중심 전위  $U_j(T)$  다. 코드는 이를 열역학 입력  $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$  에서 `func_u_j` 로 계산하거나(없으면) 'u' 를 직접 읽는다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 달는다. 이 유도가 달는 통계역학적 기원 ( $Z \rightarrow \mu$  · 전기화학 결선 ·  $G \simeq F$  다리)은 Part 0 (§1.2.1·§1.2.5·§1.2.6)가 세웠다 — 이 절은 그 위에서 코드 입력  $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$  으로 잇는 결과 사슬 쪽이다.

### 1.4.1 $G, \mu$ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.34)$$

이고( $H$  항과  $-TS$  항이 경쟁하며 온도가 그 환율을 정한다), 입자 1몰 변화당  $G$  변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.35)$$

두 장소의  $\mu$  일치가 입자 교환 평형이다. (b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형. 리튬은  $\text{Li}^+$  와  $e^-$  로 갈라져 드나들므로 각 종의 값어치에 전기 일  $zF\phi$ (1몰)가 더해진 전기화학 퍼텐셜  $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$ (식 (1.22))가 균형을 이룬다. 삽입 반응  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$  의 평형 조건  $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$ , 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.36)$$

에서, 전자 항이  $z = -1$  이라 측정 전위  $V$  를 통해  $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$  로 들어온다. (c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수. 좌변에서  $-FV$  만 전위 의존이고 나머지( $\text{Li}^+$  활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진  $T$  에서 상수이므로, 그 상수 덩이를  $sFU$  로 정의해( $s = +1$  라  $-FV = -sFU$ ) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.37)$$

형태가 된다( $s$  는 방전 규약 +1;  $U$  는 비배치 묶 자유에너지의 전위 환산). (d) 부호 핵심.  $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$  가 양이면  $\Delta G_j < 0$ , 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한  $V$  상승(전자 값어치 하락)  $\Rightarrow$  평형 점유율 하강, 곧 “ $V$  를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다 (§1.6 의 logistic 부호로 회수).

### 1.4.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 묶은 반응 자유에너지  $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$  다. (b) 연산 — 식 (1.37) 의  $\Delta G_j = -sFU_j$  ( $s = +1$ )에 대입. (c) 중간식 —  $U_j$  로 이항.

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \quad \Rightarrow \quad U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.38)$$



(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.39)$$

이것이  $\text{func\_U\_j}(T, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$  의  $(-dH_{\text{rxn}} + T \cdot dS_{\text{rxn}})/F$  다. 부호 — 발열 반응  $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$  이면 분자  $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$  이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.39) 를  $T$  로 미분한  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$  이고(Gibbs 항등식  $\partial \Delta G / \partial T = -\Delta S$  와 식 (1.37) 의  $\Delta G = -FU$  를 잇는 것과 같다),  $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim \text{수} \sim \text{수십 J}/(\text{mol K})$  라 30 K 차에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운로드 피팅에서 온도마다  $U_j(T)$  를 따로 읽어야 하는 이유다. 코드가 배열  $T_{\text{work}}$  를 그대로 넣으므로  $U_j$  는 비등온이면 격자별 배열로 나온다.

**코드 대응. N2.** if 'dH\_rxn' in tr and 'dS\_rxn' in tr:  $U_j = \text{func\_U\_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$  — 배열  $T_{\text{work}}$  대응. 없으면  $U_j = \text{float}(\text{tr}['U'])$  직접. 실 호출의  $\Delta S$  인자는  $\text{seam\_effective\_dS\_rxn}(\text{tr}, T_{\text{work}})$  를 경유한다(흑연 *base* 는 항등으로  $\text{tr}['dS\_rxn']$  그대로 — LCO 전자향 *plug-in* 자리: §1.11.9). GRAPHITE\_STAGING\_LIT 의 *stage 2* → *1* 은  $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$ ,  $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K}) \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.35) 의  $\mu$  에 상호작용 뭉이 들어가 평형이 비틀리는 데서 온다.

## 1.5 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심  $U_j$  를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용  $\Omega_j$  와 분기 인자  $\gamma_j$  가 있으면 방향별 분기 중심  $U_j^d$  로 옮긴다. 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삽입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원 [5]). 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal 을 거쳐 단계적으로 유도한다.

### 1.5.1 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 뭉

(a) 출발 — **Part 0** 의 결과 받기. 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율  $\theta$  의 화학퍼텐셜과 진행률 좌표의 정규용액 자유에너지는 Part 0 이 세운 식 (1.19)·(1.20) 그대로다( $\Omega_j > 0$  이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 씨앗, 식 (1.21)). (b) 연산 — 두 번 미분. 식 (1.20) 를 두 번  $\xi$  로 미분하면(로그 뭉의 1계 미분  $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$ , 2계 미분  $RT/[\xi(1-\xi)]$ ; 상호작용 뭉의 2계 미분  $-2\Omega_j$ )

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.40)$$

(c) spinodal —  $g_j'' = 0$  의 근.  $g_j'' = 0$  은  $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$ , 곧  $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$  의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.41)$$

$u_j$  가 실수가 되는 조건  $\Omega_j > 2RT$  가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며( $g'' < 0$  구간이 생겨 한 전위에 여러  $\xi$  — 그림 7),  $\Omega_j \leq 2RT$  면 갈라짐이 없다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 if  $\Omega_{\text{omega}} \leq 2RT$ : return 0.0 이다.

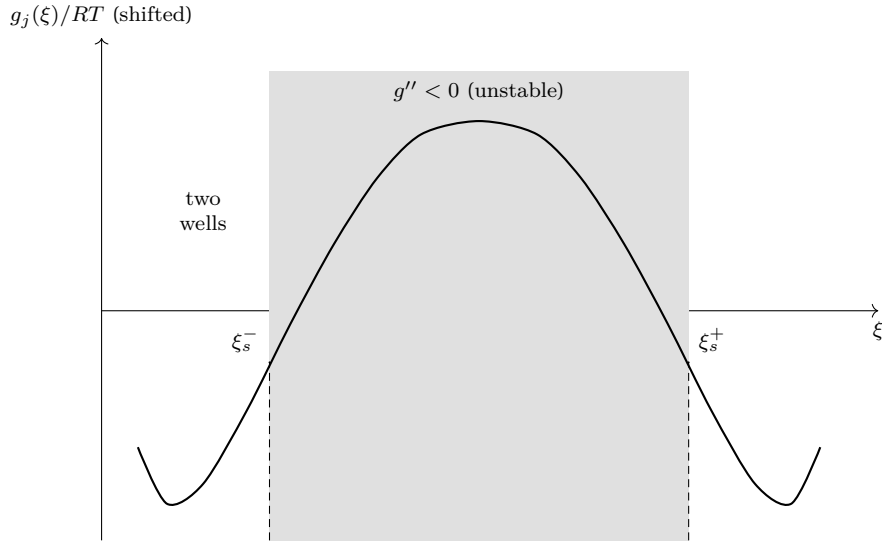


Figure 7: 격자기체 자유에너지  $g_j(\xi)$  (식 (1.20)의 개형,  $\Omega_j = 3RT$  — 정성 곡선; 수치 정확 좌표는 그림 4의 같은 곡선. 신규 그림).  $\Omega > 2RT$  면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 띠 ( $g'' < 0$ , 식 (1.40))가 변곡점  $\xi_s^\pm$  (spinodal, 식 (1.41)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡률 부호 전환이 §1.5의 비단조 전위 곡선과 분기 gap을 낳는다.

### 1.5.2 gap의 닫힌 꼴 — 두 spinodal의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.37) ( $\mu = \mu^0 - sF(V - U)$ , 배치 몫 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.20)의 1계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다 ( $g'_j(\xi) = RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V_{eq} - U_j)$ ). 1차(직선) 몫을 뺀 식 (1.20)가 1계 미분에서도 옳은 근거는 Part 0이 세운 조성 몫의 우함수 대칭 (§1.2.4:  $f(1-\xi) = f(\xi)$ , 따라서  $f'(1-\xi) = -f'(\xi)$ )이다 — 식 (1.19)의  $\mu_{Li}(\theta) - \mu^0 = f'(\theta)$ 에  $\theta = 1 - \xi$ 를 넣으면  $\mu_{Li} - \mu^0 = f'(1-\xi) = -f'(\xi) = -g'_j(\xi)$ 가 되고, 뺀 선형 몫이 남긴 상수  $\mu^0$ 가 식 (1.37) 양변에서 상쇄돼 선형항 없이도 위 등식이 성립한다. 이를  $V_{eq}$ 로 풀면

$$V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi), \quad (1.42)$$

이고  $\Omega_j > 2RT$ 면 비단조다 — 방전은  $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 극대  $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은  $\xi \approx 1$ 에서 극소  $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로(전위 곡선의 극값이  $dV_{eq}/d\xi = g'_j/sF = 0$ , 곧 spinodal과 같은 점 — 그림 8), 두 극값의 전위 차가 분기 gap의 spinodal 상한이다. (b) 연산 — spinodal 값 대입. 식 (1.41)의  $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.42)의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와  $(1-2\xi)$  인자가 두 끝점에서 각각

$$\left. \frac{\xi}{1-\xi} \right|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1-2\xi)|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.43)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. (c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기. 극값 차를 적으면 상수항  $U_j$ 가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) - V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[ \ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.44)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라  $\ln[(1-u)/(1+u)] - \ln[(1+u)/(1-u)] = -2\ln[(1+u)/(1-u)] = -4 \operatorname{artanh} u$ ,  $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$  사용). **(d) 박스** —  $s = +1$  정리.

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[ \Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.45)$$

이것이 `func_dU_hys(T, Omega)` 의  $(2/F) * (\Omega * u - 2 * R * T * \operatorname{artanh}(u))$  이며,  $\Omega \leq 2RT$  면 0 을 반환한다(제곱근 NaN 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 > 극소라  $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$  이고,  $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$  에서  $u_j \rightarrow 0$  이라 Taylor 전개( $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$ )로  $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u_j^3 \rightarrow 0$  으로 연속이다( $u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$ ,  $T_{c,j} = \Omega_j/2R$  — 임계온도에서 매끄럽게 소멸).

### 1.5.3 방향별 분기 중심 $U_j^d$

**(a) 출발** — 두 **spinodal** 끝점의 평균. 식 (1.43) 의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 몫 합  $\ln \frac{1+u}{1-u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$  과  $(1 - 2\xi)$  몫 합  $u + (-u) = 0$  이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.46)$$

— 분기는  $U_j$  대칭이다. **(b)(c) 한 자유도로.** 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면(축소 인자  $\gamma_j$  와 부분 cycle 인자  $h_{\eta,j}$  를 곱해)

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.47)$$

이것이 `func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 의  $U_j + 0.5 * \sigma_d * h_{\eta} * \gamma * \text{func\_dU\_hys}(T, \Omega)$  다. **(d) 부호.** 방전( $\sigma_d = +1$ )은 중심을 + 쪽, 충전( $\sigma_d = -1$ )은 - 쪽으로 옮겨  $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$  (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치).  $\gamma_j = 1$  이 spinodal 상한,  $\gamma_j \rightarrow 0$  이 히스 소멸,  $h_{\eta,j}$  가 부분 cycle 보정(기본 1)이다.

코드는 전이당 상수인 분기 shift 만 필요하므로, 식 (1.47) 의  $U_j$  자리에 0 을 넣어 shift 분 `hys_shift = func_U_branch(T_rep, 0, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 을 얻고, 배열 중심  $U_j$  에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.48)$$

이 center 가 다음 절 평형 진행률  $\xi_{\text{eq}}$  의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9 의 꼬리 방향)뿐이다.

## 1.6 폭과 평형 진행률 $\xi_{\text{eq}}$ (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭  $w_j$  와 평형 진행률  $\xi_{\text{eq},j}$  를 평가한다. 이 둘이 평형 종(다음 절의 peak) 의 모양을 결정한다. 평형 등온선은 §1.4 의 평형 조건을 정.역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫히는데, 그 회수가 이 절의 핵심 유도다 — 먼저 폭을 세운 뒤 logistic 을 detailed balance 에서 끌어낸다. 이 운동학 경로는 Part 0(§1.2.5)의 평형 통계 경로와 독립이며, 두 경로가 같은 logistic 에 닿는 것이 §1.6.3 의 통합이다.

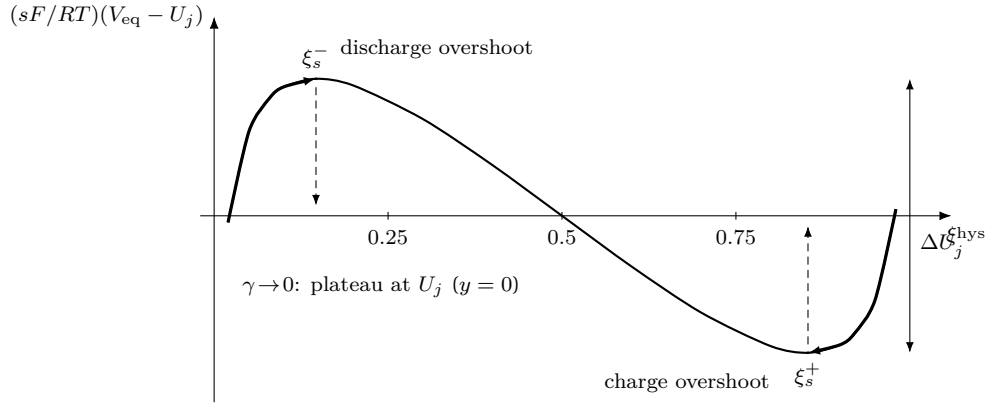


Figure 8: 비단조 평형 전위  $V_{eq}(\xi)$ (식 (1.42),  $\Omega_j = 4RT$  — 좌표는 식 그대로의 수치 평가)와 과주행 (v7-11 유래). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대  $\xi_s^-$  까지, 충전(우하)은 극소  $\xi_s^+$  까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap  $\Delta U_j^{hys}$ (식 (1.45)), 실측 분기는  $\gamma_j$  만큼 안쪽(식 (1.47)).  $\gamma \rightarrow 0$  가역 한계에서 두 경로가  $y = 0$  plateau 로 합쳐진다.

### 1.6.1 폭 $w_j$ — 이상 극한과 그 이중지위

평형 진행률의 폭 척도는 이상 극한에서  $w_j = n_j RT/F$  다( $n_j$  는 폭 다중도): 아래 소절 logistic 유도 중심 기울기  $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$  가 폭 척도  $RT/F$  를 정의하고, 폭 다중도  $n_j$  로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.49)$$

코드 `func_w(T, n)` 의  $n \cdot R \cdot T/F$  가 이것이고, 전이 dict 가 'w' 를 직접 주면  $n_j = w_j F/(RT)$  로 역산해 (`_n_factor`) 같은 식에 넣는다. 코드는 폭으로 항상 이 한 식  $w_j = n_j RT/F$  를 쓴다(`_width`; 상호작용에 따라 폭을 인위로 좁히는 별도 항은 두지 않는다 — 그 까닭은 바로 아래 이중지위와 §1.7.1 가 설명한다).

★폭  $w_j$  의 이중지위 — 같은 식, 다른 지위. 식 (1.49) 의 값은 한 줄이지만, 그것이 무엇을 뜻하는지는 전이의 상분리 여부로 갈린다. 단상( $\Omega_j \leq 2RT$ , 연속 고용체)에서는  $w_j = n_j RT/F$  가 등온선 폭에 대한 검증 가능한 평형 예측이다 — 평형 단일 입자  $dQ/dV$  가 logistic 미분 중 (§1.7 에서 유도) 이고, 그 폭이 곧  $n_j RT/F$  라( $n_j \approx 1$  이면  $RT/F \approx 25.7$  mV), 측정 폭으로 직접 검증된다. 두-상( $\Omega_j > 2RT$ , 상분리 plateau)에서는 평형이 예측하는 것이 폭이 아니라 날카로운 선(델타)이므로, 같은  $w_j$  가 더는 평형 예측이 아니라 *broadening* 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다 (§1.7.1). 어느 지위인지는 코드 분기가 아니라 그 전이의  $\Omega_j$  값이 가르며, 같은 식 (1.49) 가 두 경우 모두에 쓰인다. 표 2 의 흑연 staging 네 전이는 초기값  $\Omega_j$  가 모두  $2RT (\approx 4958 \text{ J/mol @298 K})$  보다 커 출발점에선 전부 둘째(두-상) 쪽에 놓이지만, 이  $\Omega_j$  는 거친 초기 추정이라 피팅으로 override 되어 피팅 후 물리적으로 전이별로 갈린다. dilute → stage4·4L → 3L·3L → 2L 은 연속 고용체 (solid-solution) 라  $\Omega_j < 2RT$  로 피팅되어 첫째 지위 (평형 예측) 가 될 것으로 기대되고, 2L → 2(LiC<sub>12</sub>)·2 → 1(LiC<sub>6</sub>) 두 전이만 두-상이라  $\Omega_j > 2RT$  를 유지해 둘째 지위 (현상학적 폭) 로 남는다(전이별 구분은 §1.7.1(a)). 곧 코드 전이 리스트의 폭 폴백 값 (0.020/0.016/0.014/0.012 V)도 같은 지위의 초기값이다 — 단상의  $w$  는 평형이 정하고, 두-상의  $w$  는 피팅이 정한다.

### 1.6.2 평형 진행률 $\xi_{eq}$ — logistic 의 유도

(a) 출발 — Eyring 속도식과 비대칭 장벽. 활성화 장벽  $\Delta G_a$  이상을 갖출 확률은 Boltzmann 분포  $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$  이고, 전이상태 이론의 시도 빈도  $k_0 = k_B T/h$  를 곱하면 Eyring 속도식  $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$  다(그림 9)[4]. 구동력  $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$  가 정·역 장벽을 비대칭 이동시켜(분율 위치  $\chi$  — 비평형

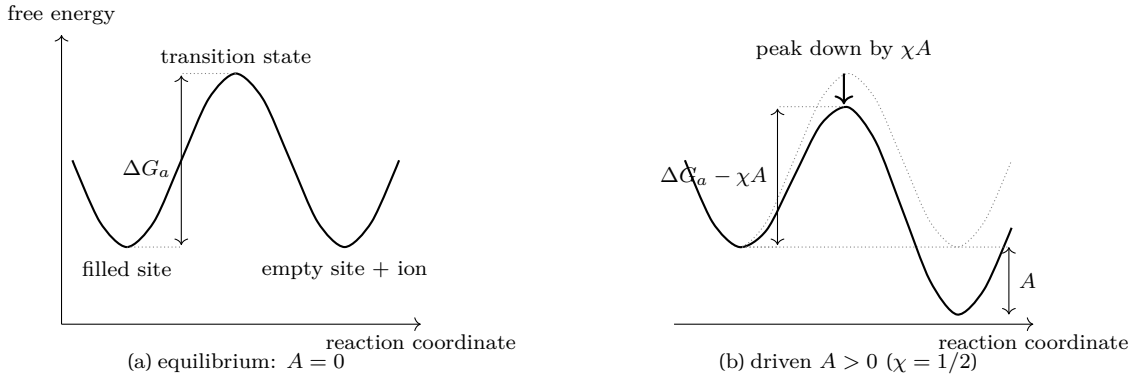


Figure 9: 활성화 장벽 그림(신규). (a) 평형 — 두 골짜기 같은 높이, 속도는 Eyring 식. (b) 구동력  $\mathcal{A}_j$  가 도착 골짜기를 내리면 정방향 장벽  $\Delta G_a - \chi \mathcal{A}$ , 역방향  $\Delta G_a + (1 - \chi)\mathcal{A}$  로 비대칭 이동 (식 (1.50); 두 속도의 비가 식 (1.51) detailed balance). 점선은 (a). 온도는 분모  $RT$  로 진입. 이 그림이 식 (1.53) logistic 과 §1.8 의  $L_q$  두 결과의 공통 출발점이다.

열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해[3]), 자리당 정·역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1 - \chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.50)$$

(b) 연산 — 비를 취해 detailed balance. 두 속도의 비를 취하면  $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$  가 약분되고 지수의  $\chi$  가 상쇄되어  $(\chi \mathcal{A} + (1 - \chi)\mathcal{A} = \mathcal{A})$

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi \mathcal{A}_j + (1 - \chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.51)$$

— 평형비가  $\chi$  와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다( $\chi + (1 - \chi) = 1$  합-1 제약이 강제한 결과). 운동 방정식은 정방향에 찬 자리( $1 - \xi$ )에서, 역방향에 빈 자리( $\xi$ )에서 출발하므로  $d\xi/dt = r^+(1 - \xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)(k_j \equiv r^+ + r^-)$ . (c) 중간식 — 정지점에서 logit. 정지점  $d\xi/dt = 0$  에서  $r^+(1 - \xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$ (정·역 플럭스의 교점 — 그림 10), 곧 비 식 (1.51) 로

$$\frac{\xi_{eq}}{1 - \xi_{eq}} = e^{\mathcal{A}_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.52)$$

(둘째 식은 분모·분자를  $e^{\mathcal{A}/RT}$  로 나눈 것). (d) 박스 — 폭 다중도·방향 부호 일반화. 폭 척도  $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.49))로 묶고 방향 부호  $\sigma_d$  와 분기 중심  $U_j^d$  로 일반화하면 — 충전의 진행률은 같은 분포의 여집합 좌표  $\theta = 1 - \xi$  라  $s \rightarrow \sigma_d$  치환은 여집합 교환과 동치다 (§1.6.3; 전극-중립 일반화는 §1.11.2) —

$$\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]}. \quad (1.53)$$

열역학은 detailed balance (1.51) 한 곳으로만 들어왔다 — logistic 은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 func\_ksi\_eq( $T, V_n, U, n, s$ ) 의  $z = \sigma_d(V_{work} - U_j^d)/w_j$ (폭은 func\_w( $T, n$ ))이며, 코드는 오버플로 방지를 위해  $z \geq 0$  과  $z < 0$  을 갈라 평가한다(np.where( $z \geq 0, 1/(1+e^{-z}), e^z/(1+e^z)$ )) — 수학적으로 동일). 여기서 평가 전위는 내부 전위  $V_n$  이 아니라 §1.3 의 작업 격자  $V_{work}$  다 — 코드 호출 func\_ksi\_eq( $T_{work}, V_{work}, center, n_j, sigma_d$ ) 에서 함수의  $V_n$  인자 자리에  $V_{work}$  가 들어간다 (§1.3 의 세 전위 규약, 식 (1.33)). 호출 시 중심  $U_j^d$  는 식 (1.48) 의 center(분기 있으면 분기 중심, 없으면  $U_j$ )다.

부호 계산. 부호. 방전  $\sigma_d = +1$ :  $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$  — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치).

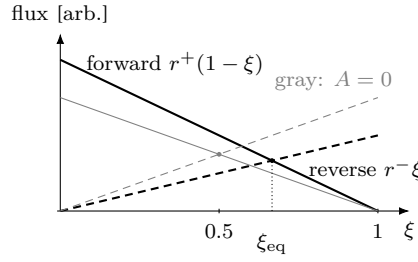


Figure 10: 정지점 유도(신규). 정방향 플럭스  $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향  $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점이 정지점  $\xi_{eq}$ (식 (1.52)).  $\mathcal{A} > 0$ ( $r^+ = 2r^-$ , 검정)이면  $\xi_{eq} = 2/3$ ,  $\mathcal{A} = 0$ (회색)이면  $\frac{1}{2}$  — detailed balance(식 (1.51))가 평형을 정한다.

충전  $\sigma_d = -1$ :  $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$ . 극한  $-V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전),  $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$ ,  $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심).  $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$ .

### 1.6.3 같은 결과의 분포 관점 — $\xi_{eq}$ 는 평형 점유 분포의 여집합

앞에서  $\xi_{eq}$  는 두 경로로 나왔다 — (i) kinetic: 속도식 정지점에서 detailed balance (1.51)(식 (1.52)), (ii) thermo: 자유에너지 최소화  $g'_j(\xi) = sF(V_{eq} - U)$ (식 (1.42)). 이 둘은 사실 하나의 분포의 두 얼굴이다. 이 소절은 결과식·부호·코드는 그대로 두고  $\xi_{eq}$  의 통계역학적 정체만 밝혀, §1.11.6 의 LCO 전자 엔트로피와 같은 언어로 두 곳을 묶는다.

(a)(b) — **Part 0 회수**. 단일 자리 분포는 Part 0 이 이미 달았다 — grand-canonical 분배함수  $Z = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}$ (식 (1.8))와 평균 점유  $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+\beta\Delta\mu})$ (식 (1.10),  $\Delta\mu \equiv \varepsilon - \mu_{Li}$ )를 받는다. (c) 같은 식 — **logistic 과의 일치**. 전기화학 구동력이 자리 점유 비용을 정한다 — 전이 중심 기준(자리에너지의 몰 환산  $N_A\varepsilon = \mu^0$ )과 식 (1.37) 의  $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$  를 정의에 넣으면 1몰 기준으로  $\Delta\mu = +sF(V - U_j)$ , 곧 지수는 몰당 형태로  $\Delta\mu/(RT) = +s(V - U_j)/w_j$  ( $w_j \equiv RT/F$ , 이상 극한)다 ( $\beta$  의 자리당  $k_B T$  가 몰당  $RT$  로, 자리당 전하  $e$  가 몰당  $F$  로 한꺼번에 환산 — 비는 불변). 따라서 식 (1.10) 은  $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+s(V-U_j)/w_j}) = \theta_{eq} - V$  를 올리면 점유가 내려가는(탈리튬화) 자리 점유 그 자체이고, 본문의 진행률은 그 여집합  $\xi_{eq} = 1 - \langle n \rangle = 1/(1 + e^{-s(V-U_j)/w_j})$  로 식 (1.52)·(1.53) 와 일치한다(Chapter 2 의 식 (eq:logistic)과 부호까지 동일). 곧  $\xi_{eq}$  는 격자기체 평형 점유 확률 분포의 여집합이며, 점유  $\theta_{eq}$  와 진행률  $\xi_{eq}$  를 가르는 한 번의 부호 차이는 방향 부호가 아니라 같은 분포를 읽는 두 좌표(여집합 교환  $\xi = 1 - \theta$ )의 차이이다.

(d) 두 경로의 통합. kinetic(정·역 플럭스 균형 점유, 식 (1.51))·thermo 두 경로 모두 같은 *grand-canonical* 평형 점유 분포(식 (1.10))에 도달한다.  $\Omega = 0$ (이상 격자기체)이면 분포가 정확히 Fermi-함수형이고,  $\Omega > 0$  이면 평균장 자리 비용  $\Delta\mu$  에  $-\Omega(1 - 2\xi)$  가 더해져(식 (1.19)) 자기무모순 분포가 된다 — 그 비단조성이 §1.5 의 히스이고, 그 분포가 접히는 점(자유에너지  $g$  의 변곡, spinodal)이 식 (1.41) 이다. 곧 “점유 분포” 한 언어가 평형 중심·폭·히스·logistic 을 한 줄에 켜다.

**핵심. 분포 다리**.  $\xi_{eq}$  가 평형 점유 확률 분포(식 (1.10))라는 것이 §1.11.6 의 LCO 전자 엔트로피(전도 전자 *Fermi-Dirac* 분포  $f(E) = 1/(1 + e^{\beta(E-E_F)})$ )와 동형이다 — 흑연의 리튬 자리 점유와 LCO 의 전자 준위 점유가 같은 통계로 닫혀, 이 다리가 LCO 전자 엔트로피 절을 흑연 *forward* 틀 안으로 끌어들인다.

그림 11 가  $\xi_{eq}$  와 그 미분(다음 절의 중)을 함께 보이며, 다음 절은 이 중이 평형 peak 임을 닫는다.



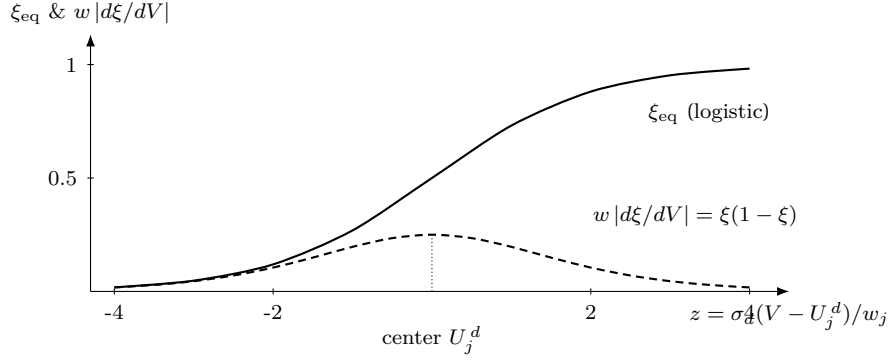


Figure 11: 평형 진행률과 그 미분(v7-11 유래). 실선 =  $\xi_{eq}$  logistic(식 (1.53)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분  $w_j|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) - z = 0$ (중심  $U_j^d$ )에서 최대  $\frac{1}{4}$  인 종 모양. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

## 1.7 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 진행률에서 곧바로 평형 peak 모양  $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$  를 만든다. 이것이 전류가 없을 때 ( $|I| \rightarrow 0$ )의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 코드가 직접 쓰는 항이다.

(a) 출발 — 전하 보존식. 관측  $dQ/dV$  는 전하 보존식  $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$  를 꺾적  $q$  로 미분해 닫힌다 — 양변을  $q$  로 미분하면  $Q_{cell} = C_{bg} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$  이고,  $dV_n/dq$  로 나누면  $dQ/dV_n = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$  이다. (b) 연산 — logistic 미분의 종 항등식. 평형 추종이면  $d\xi_j/dV_n$  에 평형 기울기가 들어가고,  $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$  로  $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$  를 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) \quad (1.54)$$

—  $\xi(1 - \xi)$  는  $\xi = \frac{1}{2}$  에서 최대  $\frac{1}{4}$  인 종이다. (c) 중간식 — 연쇄율. 연쇄율  $dz/dV = \sigma_d/w_j$  를 곱하면  $d\xi_{eq,j}/dV = \sigma_d \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$ . (d) 박스. 이를 보존식 미분에 넣으면 전이  $j$  의 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \left( \frac{dQ}{dV} \right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right|. \quad (1.55)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 이며, 메서드 `equilibrium` 이 전이별로 이 항만 합산한 것( $C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ )이다 — 단 `equilibrium` 은 분기 없는 가역 기준선 ( $U_j$  중심)이고,  $dq/dv$  의  $|I| \rightarrow 0$  극한은  $\gamma_j \neq 0$  이면 분기 중심  $U_j^d$  에 남는다(히스테리시스는 열역학적 — §1.5). 부호 —  $\sigma_d$  가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값  $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$  로 양수이고 방향 불변이다( $\xi(1 - \xi) \geq 0$ ). 세 양 — 위치 = 중심  $U_j^d$ , 순높이 =  $Q_j/(4w_j)$  ( $\xi = \frac{1}{2}$  에서  $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$ ), 배경 차감 면적 =  $Q_j$  ( $\int_0^1 d\xi = 1$ , 식 (1.54)의 종이  $d\xi_{eq}$ 의 치환적분이라 면적 1) — 가 이 한 식에서 읽힌다.

코드의 사용 조건은 “지연 길이가 격자에 비해 작을 때”다 — 다음 절(§1.8; 그 전에 아래 소절이 두-상 폭의 지위를 먼저 닫는다)이 그 지연 길이  $L_V$  를 세우고,  $L_V$  가 격자 몇 칸보다 작으면(또는 동역학 키가 없으면) 코드는 식 (1.55)의 평형 종을 직접 쓴다. 이것이  $|I| \rightarrow 0$  환원이다.

### 1.7.1 평형 델타가 실측 종이 되는 까닭 — broadening 과 폭 $w_j$ 의 지위

평형 peak 식 (1.55)의 폭  $w_j = n_j RT/F$  가 무엇을 예측하는지는 전이마다 다르다. 이 절은 전이를 둘로 갈라 출발점을 점검하고, 두-상 전이에서 평형의 날카로운 선이 실측의 유한 종이 되는 까닭을

모델 안의 양들로 닫는다 — 결론은 두-상 폭  $w_j$  는 평형 예측이 아니라 *broadening* 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 것, 그리고 그 중에서 평형 전위·입자 반경 분포를 역산하지 않는다는 것(아래 (c))이다.

(a) 전이별 출발 — 애초에 중인 전이와 평형 델타인 전이. 흑연 staging 전이는 평형 단일 입자  $dQ/dV$  의 모양부터 둘로 갈린다. 첫째 부류는 연속 고용체 (*solid-solution*) 전이다 — dilute→stage4 영역과  $4L \rightarrow 3L \cdot 3L \rightarrow 2L$  두 전이(각각 표 2 의  $4 \rightarrow 3 \cdot 3 \rightarrow 2L$  행)다. 문헌의 L 점미 명명은 면내 질서가 풀린 액체상 stage 를 가리키며(그림 2 의 stage 2L 과 같은 용법), 표의 정수 행 라벨과 같은 전이를 가리킨다. 이들은 plateau 가 없는 연속 등온선이라[17], 단일 입자 평형  $dQ/dV$  가 §1.6 의 logistic 미분 중(식 (1.54))으로 이미 폭  $\sim n_j RT/F$  의 종이다(정규용액 격자기체의 등온선 기울기  $d\xi/dV$ , §1.6.3; Levi-Aurbach[16]) — 폭이 식 (1.49) 의 평형 예측 그 자체라 “왜 종이나”는 물음이 생기지 않는다. 둘째 부류는 두-상 평탄역 (*plateau*) 전이다 —  $2L \rightarrow 2(LiC_{12})$  와  $2 \rightarrow 1(LiC_6)$  은  $\Omega_j > 2RT$  의 상분리 (§1.5 의 spinodal 문턱)라 평형 단일 입자가 델타에 가깝다(Maxwell 공통접선이 plateau 를 한 전위로 모으면  $dq/dV \rightarrow \infty$ ). Maxwell 공통접선이 정의하는 것은 그 공통 전위의 값까지이고, 실제  $N$ -입자계가 그 값을 실현하는 경로(순차 전환)는 아래 (iii-a) 의 Dreyer 통계역학이 답한다 — 둘은 같은 평탄역의 값과 경로로 양립한다. 곧 “평형은 델타여야 하는데 실측은 중”이라는 물음은 이 두-상 두 전이에만 해당하고, 나머지는 원래 종이다 — 폭의 지위를 따질 자리도 이 둘뿐이다.

(b) 둘째 부류의 델타가 종이 되는 까닭 — *broadening* 의 세 출처. 두-상 전이에서 폭을 만드는 것은 (Maxwell 공통접선이 그리는) plateau 내부의 단일 입자 평형이 아니라, 측정 조건과 plateau 양끝, 그리고 전극이 단일 입자가 아니라 입자 앙상블이라는 사실이다. 성격이 다른 세 출처를 구분해 합성하며, 그 결과(평형 델타가 실측 중으로 펼쳐지는 그림)를 그림 12 에 둔다.

① 유한율속 비대칭 꼬리(동역학 몫). 첫째는 이 문건이 이미 모델로 담은 출처로, 전류가 커야 생긴다 — 유한 전류면 단일 입자라 하더라도 표면 진행률이 평형 목표를 뒤따라(또는 앞서) 과전압  $\eta$  가 진행 중에 변하며 peak 을 한쪽으로 밀고 꼬리를 늘린다. 이것이 바로 §1.8–§1.9 의 동역학 지연 길이  $L_{V,j}$  와 인과 꼬리  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j}$  이며, C-rate 가 오를수록 심해지고  $|I| \rightarrow 0$  에서 소멸한다( $L_V \propto |I|$  — §1.8; Fly 등[18]).

② 내재  $RT/F$  폭(평형 잔여 몫). 둘째는 plateau 양끝의 단상(solid-solution) 꼬리가 까는 내재 폭으로, plateau 양끝이 첫째 부류와 같은 연속 등온선이라 그 경계가 무한히 날카롭지 않고 폭  $\sim RT/F$  규모(수십 mV order)로 변진 데서 온다(Levi-Aurbach[16]) — 이 몫은 전류와 무관한 평형 자체의 잔여 폭이라  $|I| \rightarrow 0$  에서도 남는다.  $RT/F \approx 26$  mV 는  $n_j=1$  의 척도일 뿐 하한이 아니다 — plateau 끝 유효 다중도  $n_j$  가 1 미만이면 잔여 폭은 그보다 작아질 수 있고, §1.6 폭 풀백 중 두-상 두 전이의 출발값  $0.014$  V( $2L \rightarrow 2$ )· $0.012$  V( $2 \rightarrow 1$ )와 모순되지 않는다. 단 현재 코드의 *staging* 출발값은  $n_j=1$  고정이라 실제 평가 폭은  $RT/F \approx 25.7$  mV 이고 'w' 풀백은 'n' 을 제거해야 활성화된다 —  $n_j < 1$  은 피팅이 내려갈 수 있는 여지이지 현재 출발 상태가 아니다.

③ 집합 다입자 통계역학(앙상블 몫) — 구조 무질서 근거는 흑연 두-상( $LiC_{12} \cdot LiC_6$ )에 한함. 셋째는 앞 두 출처가 한 입자 안에서 일어나는 일이었던 것과 달리, 전극이  $N$  개 입자의 앙상블이라는 데서 온다. 이 앙상블 몫은 성격이 다른 두 층으로 갈리므로, 평형 층 (iii-a) 을 먼저 세운 뒤 *broadening* 층 (iii-b) 을 그 위에 얹는다 — 둘을 섞으면 “중심이 분포한다”는 잘못된 그림으로 미끄러진다. 이 기작은 흑연 두-상(turbostratic 무질서가 있는 흑연의 staging plateau,  $LiC_{12} \cdot LiC_6$ )에 국한하며, LCO 양극의 세 전이에는 흑연-특정 구조 무질서 근거를 옮기지 않고 일반  $\eta$  분포 (iii-b) 로만 다룬다(LCO 의 평형  $U_j$  입자 무관성은 흑연 GITT(galvanostatic intermittent titration technique)[20] 의 직접 증거가 아니라 동형 가정이다 — tier C 추정(신뢰 등급 범례는 §1.11.1 각주), LCO 단독 GITT 입자무관 OCP(open circuit potential — 본 문건의 OCV 와 같은 반쪽전지 준평형 전위, 문헌 표기 따름) 확정 시 갱신).

(iii-a) 평형 — Dreyer 다입자 통계역학이 plateau 구조를 만든다. 단일 입자의 비단조(non-monotonic) 자유 에너지(정규용액  $\Omega > 2RT$ ) 아래에서,  $N$  개 입자의 앙상블은 동시에 두-상으로 들어가지 않고 공통 전위에서 순차로 한 입자씩 전환한다(전위는 공통이고 전환 시점만 순차다 — 입자별로 전위가

다른 것이 아니다) — 이미 전환을 마친 입자와 아직 시작 안 한 입자가 공존하며 셀 전위를 한 값에 묶어 두는 것이 거시적 평탄역이다(삽입 전지 다입자 평형의 표준 그림; Dreyer 등[5]). 단일 입자 등온선이 비단조라 한 입자만 보면 불안정한 점프이지만, 앙상블이 순차 전환으로 그 점프를 평탄역으로 펴 평형  $dQ/dV$  가 한 전위의 델타에 모인다 — 이 층은 broadening 이 아니라 평탄역(델타) 자체의 기원이다.

(iii-b) *broadening* — 그 평형 델타를 층으로 펴는 것은  $apparent-U = U_j + \eta$  의 앙상블 분포다. 관측되는 peak 전위는 평형 중심이 아니라 겹보기 전위  $U_{app} = U_j + \eta$  (평형 중심  $U_j$  에 과전압·국소 환경 항  $\eta$  가 얹힌 값)이다. 핵심 정정 — 평형 중심  $U_j$  는 입자 무관 상수로 가정하고(폴셀 GITT 준평형 OCP 가 staging 전위를 입자 무관 상수와 일관되게 주므로 [20] 마이크론 흑연에서 입자별 평형  $U_j$  의 산포  $\approx 0$  으로 둔다 — 폴셀 OCP 는 이를 시사할 뿐 단일입자 산포를 직접 분해하진 못한다), 분포하는 것은  $\eta$  다 — 과전압·국소 접촉 저항·국소 환경(결정성·흑연화도·turbostratic 무질서가 유효 장벽·국소  $\eta$  를 입자별로 흔뜨림)에서 오는 비-크기·비-사이즈 heterogeneity 다. 따라서 앙상블 통계 평균의 적분 변수는 평형  $U_j$  가 아니라  $apparent-U U_{app}$  이고, 그 밀도  $\rho(U_{app})$  는  $\eta$  분포가 정한다:

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{ens} = \int \rho(U_{app}) \left( \frac{dQ}{dV} \right)_{U_{app}}^{single} dU_{app}, \quad U_{app} = U_j + \eta, \quad U_j = \text{const}, \quad (1.56)$$

곧 단일 입자 응답  $(dQ/dV)_{U_{app}}^{single}$  (평형 델타에 ② 내재 폭이 얹힌 좁은 봉우리)을 겹보기 중심  $U_{app}$  이  $\eta$  만큼 분포한 앙상블 위로 *forward* 합성한 것이다 — (iii-a) 평형 층 위에 얹힌 broadening 층이며,  $\eta$  의 입자간 산포를 평균한다. 식 (1.56) 가 답는 것은 ②(커널 내 내재 폭)  $\otimes$  ③(앙상블  $\eta$  산포)뿐이다 — ①(유한율속의 비대칭 skew)은 대칭 합성곱으로 표현되지 않으므로 별도 동역학 파라미터  $L_V$  (N7·N8,  $|I| \rightarrow 0$  소멸)가 담당하고, 두-상 층 broadening 은  $w_j$  (②  $\otimes$  ③) +  $L_V$  (①) 로 묶인다(①의 전류 뒀을  $w_j$  가 다시 흡수하면 이중계산).  $\eta$  산포가 좁아져  $\rho \rightarrow \delta(U_{app} - U_j)$  면 식 (1.56) 는 평형 중심  $U_j$  의 단일 델타로 환원된다(③ 소멸). 엄밀히는  $\eta$  중 순수 동역학 뒀은 ①처럼  $|I| \rightarrow 0$  에서 소멸하고, 결정성·turbostratic 무질서 같은 구조성 뒀이 평형까지 남으면 그것은 조작적으로 작은  $U_j$  산포와 구별되지 않는다 — 그 잔여 뒀까지  $\approx 0$  ( $\eta$  지배)에 묻는 것이 위 가정의 보수적 읽기이며, forward-only 처방에서 안전하다. 단, 본 문건은 식 (1.56) 의 *forward* 통계 평균만 쓴다 — 측정된 층에서  $\rho(U_{app})$  를 역산하지 않는다(그 까닭은 아래 (c)).

이 세 출처가 plateau 내부의 델타를 유한 폭의 치우친 층으로 펼친다 — 두-상  $w_j$  가 ②  $\otimes$  ③ 을 흡수하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 §1.6 이중지위의 두-상 층을 떠받치는 물리가 바로 이것이다.

(c) 이 절이 하지 않는 것 — 범위와 경고. (b) 는 broadening 의 설명(forward 통계 평균)까지이고, 아래 세 가지는 금한다.

(i) **입자 사이즈(반경) 효과는 다루지 않는다** — 본 장의 범위 밖. 입자 크기 동역학( $\tau \propto r^2$  류의 율속 분산), 반경이 평형 전이 전위  $U_j$  를 옮기는 채널(표면에너지 Gibbs–Thomson·양자가둠 밴드 shift), 입자 크기 분포(PSD)를  $dQ/dV$  위로 합성곱하는 크기 convolution — 이 사이즈 계열은 모두 본 장이 다루지 않는다. 까닭은 물리적이다: 전형 마이크론 흑연( $r \sim \mu\text{m}$ )에서 반경  $\rightarrow U_j$  사상은  $1/r$  로 작아져 사실상 평탄하고( $\ll$  실측 폭 수십 mV), 큰 크기 효과는 나노 영역( $\sim$  수십 nm)에서만 살아난다 — (b)-③ 의  $\rho(U_{app})$  는 비-크기  $\eta$  heterogeneity 전용이다. Dahn 등의  $x_{max} = 1 - P$  무질서 모델 [19]은 비-크기 구조 무질서가 실재함을 보이는 용량-한계 예시일 뿐, inter-particle  $\eta$  분포 형상을 정량하는 1차 근거는 아니다(분포 형상 tier C 근거미발견 — intra-particle site-blocking 식을 과대인용하지 않는다).

(ii)  **$dQ/dV \rightarrow \rho(U_{app})$  역산은 ill-posed 이므로 하지 않는다(forward-only)**. (b)-③ (iii-b) 의 “peak = 단일 입자 커널  $\otimes$  앙상블 분포  $\rho(U_{app})$ ”(식 (1.56))는 1종 Fredholm 적분방정식(distribution of relaxation times 와 동형)이라, 정방향(분포  $\rightarrow$  peak)만 잘 정의되고 역방향은 정규화·형태가정 없이는 비유일·불안정하다 — 서로 다른 분포가 거의 같은 곡선을 준다. 따라서  $\eta$  heterogeneity 는 현상학적 폭  $w_j$  에 흡수되는 것으로만 두고 식 (1.56) 를 forward 로만 쓴다(분포는 폭을 넓힐

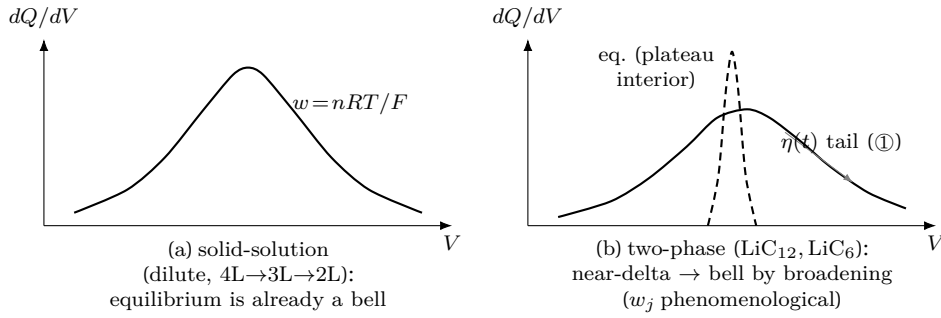


Figure 12: 평형 모양과 broadening(신규). (a) 연속 고용체 전이 — 평형 단일 입자  $dQ/dV$  가 이미 폭  $n_j RT/F$  의 종(식 (1.55)), broadening 불요. (b) 두-상 전이 — 평형은 plateau 내부에서 거의 날카로운 선(파선; 양끝 단상 꼬리 탓에 폭이 정확히 0 은 아님) 이고, 실측은 세 출처가 펼친 치우친 종(실선) 이다: ① 유한율속 비대칭 꼬리 (§1.8–§1.9 의  $L_V, |I| \rightarrow 0$  소멸), ② 전류 무관한 가장자리 내재 폭 ( $\sim RT/F$ ), ③ 겉보기 중심  $U_{\text{app}} = U_j + \eta$  의 입자간  $\eta$  산포를 forward 평균한 앙상블 뭉(식 (1.56)). ①의  $\eta(t)$ (한 입자의 시간 변화)와 ③의 입자간  $\eta$  산포는 같은 과전압의 다른 평균이며, 평형 중심  $U_j$  는 입자 무관 상수다 — 분포하는 것은  $\eta$ . 세 출처의 지위와 한정(폭  $w_j$  의 현상학적 지위·흑연 두-상 국한· $\rho(U_{\text{app}})$  역산 금지·사이즈 배제)은 본문 (b)·(c).

뿐 평형 중심  $U_j$  를 옮기지 않는다 — (b)-(iii-b) 의 GITT 한정과 동일[20]).

- (iii) 입자 크기 분포(PSD) 위로 합성곱하는 다입자 기계장치는 모델에 넣지 않는다. 코드의 forward 모델은 단일 유효 입자 + 동역학 지연  $L_V$  (N7·N8) 구조를 유지하고, 앙상블 무질서는 현상학적  $w_j$  한 파라미터로 흡수된다 — 모델 차원은 늘지 않고, 늘어난 것은 (b)-③ 의 비-크기 통계 평균 설명뿐이다(크기  $\rightarrow$  폭 맵은 후속).

**핵심. broadening 한 줄.** 연속 전이 ( $\text{dilute} \cdot 4L \rightarrow 3L \rightarrow 2L$ ) 는 평형 단일 입자가 이미 폭  $n_j RT/F$  의 종이고, 두-상 전이 ( $\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$ ) 만 평형 (plateau 내부) 델타가 유한 종이 된다 — 그 폭은 세 출처가 정한다: ① 전류가 켜는 유한율속 비대칭 꼬리 ( $L_V, |I| \rightarrow 0$  소멸) ② plateau 양끝의 평형 잔여 내재 폭 ( $\sim RT/F$ , 전류 무관) ③ 입자 앙상블의 집합 통계역학 — 평형 층(Dreyer 순차 전환이 plateau 구조를 만듦)과 broadening 층(그 평형 델타를 펴는  $\text{apparent-}U = U_j + \eta$  의 입자간  $\eta$  산포  $\rho(U_{\text{app}})$ ) 으로 갈리며, forward 평균  $\int \rho(U_{\text{app}}) (dQ/dV)^{\text{single}} dU_{\text{app}}$  (식 (1.56);  $\rho \rightarrow \delta$  면 평형 중심  $U_j$  의 단일 델타로 환원; 흑연-특정 구조 무질서 근거는 흑연 두-상 한정 — LCO 는 일반  $\eta$  산포로만, 본문 ③). 셋을 한꺼번에 흡수하는 것이 현상학적 자유 피팅 폭이며 — 분포하는 것은  $\eta$ (겉보기 중심  $U_{\text{app}}$ ), 평형 중심  $U_j$  는 입자 무관 상수로 움직이지 않는다. 입자 사이즈(반경) 효과는 전면 배제하고,  $\rho(U_{\text{app}})$  역산·PSD 크기 convolution 모델로 확장하지 않는다(역문제 *ill-posed-forward-only*).

## 1.8 동역학 지연 길이 $L_V$ (N7)

유한 전류에서는 평형 목표  $\xi_{\text{eq}}$  를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤처진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 코드는 전이당 하나의 지연 길이  $L_{V,j}$  를 resolver `_resolve_lag_length` 로 구한다. 이 절은 그 사슬  $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$  를, 운동방정식의 보편형에서 한 단계씩 단는다.

### 1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 $L_q$

(a) 출발 — 운동방정식을 용량축으로. §1.6 의 운동방정식  $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$  을, 정전류에서 성립하는  $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$  로 나누면  $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ . (b) 연산 — 지연 변수. 지연



$r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 변화율  $dr_j/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 위 식을 넣으면 (c) 중간식.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} r_j, \quad (1.57)$$

(d) 박스 — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 자연 길이이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}}. \quad (1.58)$$

$L_{q,j}$ 는 요구( $|I|/Q_{\text{cell}}$ )와 공급( $k_j$ )의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도  $k_j$ 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다 — detailed balance (1.51)로  $r_j^- = r_j^+ e^{-A_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-A_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.59)$$

이고, 괄호 인자  $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 역방향 몫의 전부다( $A \gtrsim 3RT$ 면 1로 죽는다). 이 두 인자가 아래  $L_q$  평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

### 1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

$L_q$ 는 전이당 한 점(꼬리 컷점  $q_a$ )에서 상수로 동결된다. (a) 출발 — 컷의 정의. 컷점은 원천  $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) 연산·중간식 — 컷의 구동력. 컷은 점유  $\xi_{\text{eq}}$  자체가 아니라 그 미분  $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 의 5% 기준이며, logistic 미분 종의 5% 폭이 중심에서  $\pm z_{\text{cut}} RT/F$  규모라 그곳의 구동력은  $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} n_j RT$  ( $z_{\text{cut}} = 4.357$  — 이 5% 컷에 대응하는 선택값)다. (d) 박스 — 상한과 함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.60)$$

이것이 코드의  $A = \min(z_{\text{cut}} * n_{\text{safe}} * R*T, A_{\text{cap}} * R*T)$ 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity의 크기는 충전·방전 동일( $n_j > 0$ 라 항상 양수)이고, 방향은 아래  $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다. 방향 부호  $\sigma_d$ 를 min 안에 넣으면 충전에서 음수 상한이 되는 버그가 생기므로, 코드는  $\sigma_d$ 를 크기에서 빼고 방향은 전달 계수로만 주입한다.

### 1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — 합-1 제약. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율  $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약 ( $\chi + \chi' = 1$ , 식 (1.51) detailed balance가 강제)에서, (b)(c) 방향별 선택. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.61)$$

이것이 `func_chi_d(chi, sigma_d)`이며(생성자 `chi_split`로 다른 규칙 주입 가능). (d) 유효 장벽. 구동력에 평균장  $\mu$ 의 상호작용 몫(식 (1.19)의 몫을  $\xi$  좌표로 옮긴  $\Omega(1 - 2\xi)$  —  $\theta = 1 - \xi$ 에서 부호 반전)을 마저 실으면  $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 다 — 이 상수 몫은 아래처럼 장벽으로만 흡수되고, 컷점 판정(식 (1.60))은 이상 몫  $sF(V - U_j)$ 로 남아 이중계산이 없다. 깊은 꼬리에서 방전은  $\xi \rightarrow 1$  — 상호작용 몫  $-\Omega(1 - 2\xi) \rightarrow +\Omega$  — 이고, 충전은  $\xi \rightarrow 0$  거울이되 충전의 구동력은 리튬화 방향으로 부호가 뒤집힌  $-sF(V - U_j) + \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 라 같은 극한에서 상호작용 몫  $+\Omega(1 - 2\xi) \rightarrow +\Omega$  — 두

방향 모두 구동력의 상수 몫이 같은  $+\Omega$  이고, 이것이 정방향 유효 장벽의 활성화 엔탈피로 흡수되어 유효값이 된다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.62)$$

이것이 `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` 이고, 코드는 `use_dH_eff` 가 꺼져 있으면 보강 없이  $\Delta H_a$  를 그대로 쓴다(헬퍼 `_chi_and_dH_eff` 가  $(\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}})$  를 한 곳에서 낸다).

#### 1.8.4 $L_q$ 의 평가와 전압축 환산 $L_V$

(a) 출발 — 정·역 합과 Eyring prefactor. 식 (1.59) 의  $k_j = r_j^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$  와  $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$  ( $k_0 = k_B T/h$ ) 을 식 (1.58) 의  $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$  에 넣으면 (b)(c) 연산·중간 식 —  $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$  로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}, \quad (1.63)$$

(d) 박스 — 특성 온도로 묶기. 앞 인자를  $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$  로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.64)$$

`func_L_q(T, I, Q_cell, dH_a, dS_a, x, A)` 가 이 로그를  $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1+e^{-\mathcal{A}/RT}) + dG_a/RT - x\mathcal{A}/RT$  로 적고 ( $T_{\text{attempt}} = (I/Q_{\text{cell}})h/k_B = T_*$ ,  $x = \chi_d$ ,  $dG_a = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$ ) 지수화한다. 암묵 전제 명시 — 식 (1.64) 의  $\Delta H_a^{\text{eff}}$  는 `func_L_q` 의 `dH_a` 인자로 들어가는 값 `dH_a_use` 이고, 이것은 `use_dH_eff=True` 일 때만 식 (1.62) 의  $\Delta H_a - \chi_d \Omega$  와 같다 — 꺼져 있으면 그대로  $\Delta H_a$  다(`_chi_and_dH_eff` 의 분기). 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이 용량축  $1/L_q$  와 분모  $dV_n/dq$  가 묶여 전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_{qa}| \cdot L_{q,j}. \quad (1.65)$$

코드의 `return abs(dVdq_qa) * L_q` 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity  $\mathcal{A}$  가 전이당 컷 상수라 (앞 소절의 동결), 코드 안에서  $L_q$  는  $V$  의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분은  $\partial \ln L_q / \partial V = 0$  이다 (전이당 한 스칼라). 부등식  $\partial \ln L_q / \partial V < 0$  은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일  $\mathcal{A}$  를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력  $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$  로 두면  $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$  유효 장벽  $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$  (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 한편  $|I|$  의존은 동결 뒤에도 살아 있다 —  $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$  라  $|I| \rightarrow 0$  에서  $L_V \rightarrow 0$ , 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 직접 지정 '`L_V`' 가 있으면 동역학을 우회해 그 값을 쓰고,  $I \leq 0$  이거나 `dH_a` 키가 없으면  $L_V = 0$  이다.

코드 대응. **N7 진행.** `n_safe=|n_j|`  $\rightarrow \mathcal{A}$ (식 (1.60))  $\rightarrow$  (`chi_d, dH_a_use`)=`_chi_and_dH_eff(...)` (식 (1.61)·(1.62))  $\rightarrow$  `L_q=func_L_q(..., x=chi_d, A=A)` (식 (1.64))  $\rightarrow$  `L_V=|dVdq_qa|*L_q` (식 (1.65)). 전이당 상수(대표  $T_{\text{rep}}$ ·대표  $n$ )로 한 번 평가한다.

### 1.9 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

지연 길이  $L_{V,j}$  가 충분히 크면 ( $\geq$  격자 몇 칸) 코드는 평형 종 대신 인과 기억 꼬리를 만든다. 이 절이 그 합성곱과, ★충전에서의 격자 역전을 달는다 — 본 문건의 가장 미묘한 부호 자리다.



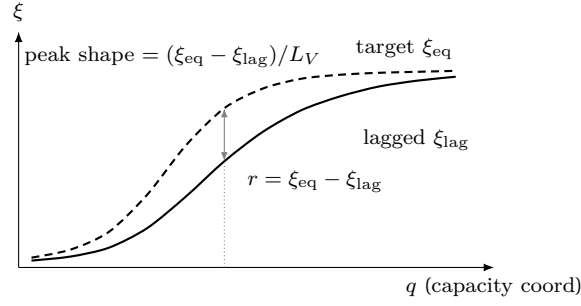


Figure 13: 지연 ODE 의 완화(신규). 파선 = 평형 목표  $\xi_{eq}(q)$ , 실선 = 점화식 (1.68) 으로 뒤쳐진  $\xi_{lag}$ . 둘의 차  $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$  가 지연이고, peak 모양  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$  (바로 아래 §의 식 (1.69))는 이 차를 길이로 나눈 이산 미분이다. 이 매끈한 차분이 지연 진행률의 미분(평형 중+꼬리)으로 수렴하는 극한은 오히려  $L_V \gg \Delta_{grid}$  쪽이며 그림은 그 영역을 그린다 — 평형 중만으로도 환원( $L_V \ll w$  별도 필요)과 작은  $-L_V$  분기 스위치(식 (1.70))의 논증은 본문 §1.9.

### 1.9.1 지수 기억 — 일반해의 이산형

(a) 출발 — 1계 선형 ODE. 지연 방정식 (1.58) 는 1계 선형이라 적분인자  $e^{q/L_{q,j}}$  로 닫힌 해를 갖는다.

(b) 연산 — 적분인자. 양변에  $e^{q/L_{q,j}}$  를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left( r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left( \frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}, \quad (1.66)$$

(c) 중간식 — 적분해 일반해.  $q_0$  부터 적분하고  $e^{-q/L_{q,j}}$  를 곱해  $r_j$  를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq' \quad (1.67)$$

— 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널  $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$  로 가중한 기억의 합성곱이다(계는 길이  $L_q$  만큼의 최근 과거만 기억). (d) 박스 — 이산 저역통과. 이산 격자에서 이 1차 저역통과는 한 칸당 감쇠  $\rho = \exp(-\Delta_{grid}/L_V)$  의 점화식이다(연속해 (1.67) 를 격자 간격  $\Delta_{grid}$  로 이산화하면 한 칸 전파가  $e^{-\Delta_{grid}/L_V}$  가중):

$$\xi_{lag,i} = \rho \xi_{lag,i-1} + (1 - \rho) \xi_{eq,i} \quad (1.68)$$

이고, 코드 `_causal_lowpass` 가 이를 (가능하면) `scipy.signal.lfilter` 의 계수  $[1 - \rho]/[1, -\rho]$  로, 아니면 같은 점화식 루프로 평가한다. 초기값은  $\xi_{lag,0} = \xi_{eq,0}$  — 패딩 격자 끝에서  $r(q_0) = 0$ , 곧 식 (1.67) 의 첫 항을 소거하는 선택이다.  $L_V \leq 0$  이거나 비유한이면 원신호를 그대로 돌린다. 그림 13 가 목표  $\xi_{eq}$  와 뒤쳐진  $\xi_{lag}$ , 그 차  $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$  를 보인다.

### 1.9.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

(a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나  $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$  이고(지연  $r_j$  는 일반해 (1.67) 가 구간 결정), 그 미분  $d\xi_j/dV = d\xi_{eq,j}/dV - dr_j/dV$  를 보존식  $dQ/dV = C_{bg} + \sum Q_j d\xi_j/dV$  에 넣은 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것”이다. 이산 격자에서 이 차분은  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})$  를 길이로 나눈 형태가 된다. (d) 박스.

$$\text{peak\_shape} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_{V,j}}. \quad (1.69)$$

이것이 코드의  $\text{peak\_shape} = (\text{ksi\_eq} - \text{occ\_lagged}) / \text{lag\_len\_V}$  다( $\xi_{\text{lag}}$  는 점화식 (1.68) 의 출력). 이 차분이 매끈한 미분  $d\xi/dV$ (지연 진행률의 미분 = 평형 중+꼬리)로 수렴하는 극한은  $L_V \gg \Delta_{\text{grid}}$  쪽이다 — 이때 한 칸 감쇠  $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V} \rightarrow 1$  이라 점화식 (1.68) 의 커널이 길이  $L_V$  의 진짜 1차 저역통과(미분 커널)로 살아나,  $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$  가 평형 중에 꼬리를 더한 모양을 낸다(평형 중  $d\xi_{\text{eq}}/dV$  만으로 환원되려면  $L_V \ll w$  가 더 필요하다 —  $L_V \gg \Delta_{\text{grid}}$  는 수치 충실성 조건이지 평형 근접 조건이 아니다). 반대로  $L_V$  가 작아지는 평형 회복은 이 차분의 극한이 아니다:  $L_V \rightarrow 0$  이면  $\rho \rightarrow 0$  이라  $\xi_{\text{lag}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$  (같은 칸 — 한 칸 지연이 아니다), 곧 분자  $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}}) \rightarrow 0$  과 분모  $L_V \rightarrow 0$  이 함께 사라지는  $0/0$  이라 식 (1.69) 가 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 그 작은  $L_V$  환원은 코드의 분기 스위치가 담당한다 —  $L_V < \nu \Delta_{\text{grid}}$  면 식 (1.69) 를 평가하지 않고 평형 중 식 (1.55) 을 직접 쓴다:

$$\text{peak\_shape} = \begin{cases} \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{\text{grid}} \text{ (또는 비유한)} \quad [\text{평형, 식 (1.55)}] \\ (\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.69)}], \end{cases} \quad (1.70)$$

$\nu = \text{min\_lag\_grid\_steps} = 2$  다(지연이 격자 두 칸보다 짧으면 평형 중 직접). 이 전환은 매끈한 *handoff* 가 아니라 이산 모드 스위치임에 주의한다 — 문턱  $L_V = \nu \Delta_{\text{grid}}$  에서 꼬리 분기의 진폭과 평형 중의 진폭 ( $\propto 1/w$ ) 이 정확히 같게 맞춰져 있지 않아 불연속이 생긴다 — 그 크기는 격자에 무관하게  $\nu$  만의 닫힌 함수  $1 - (1/\nu)/(e^{1/\nu} - 1)$  (전이 면적은 정확히, 중심 peak 높이는 문턱  $L_V \ll w_j$  인 기본 격자 영역에서 같은 인자)라, 기본값  $\nu = 2$  에선  $\sim 23\%$ (면적  $\approx 0.77$ )에 이르는 상당한 점프다. 이는 sub-grid 지연의 수치 불안정을 피하기 위한 실용적 선택이며( $\nu$  를 키우면 전환점이 더 깊은 꼬리로 밀려 점프가  $\approx 50\%/\nu$  급으로 줄어 —  $\nu=8$ : 6.1%,  $\nu=10$ : 4.9%, 곧 5% 이내로 낮추려면  $\nu \gtrsim 10$  이 필요하다<sup>2</sup>), 꼬리식 자신의  $L_V \rightarrow 0$  소멸 ( $0/0$ )은 이미 평형 분기 영역에 들어가 코드가 꼬리식으로 평가하지 않는 구간이다.

### 1.9.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱 (1.67) 은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전( $\sigma_d = +1$ )은 진행이  $V$  증가 방향이라 격자 오름차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 격자 그대로 적용한다. 충전( $\sigma_d = -1$ )은 진행이  $V$  감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{\text{lag}} = \begin{cases} \text{causal\_lowpass}(\xi_{\text{eq}}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal\_lowpass}(\xi_{\text{eq}}[:: -1])[:: -1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.71)$$

이것이 코드의  $\text{occ\_lagged} = \text{lowpass}(\text{ksi\_arr}[:, : -1])[:: -1]$  (충전 분기)다. 이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전  $dQ/dV$  는 방전의 거울상이고,  $\text{peak\_shape} = (\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$  는 양수를 유지한다(꼬리가 진행 방향 뒤쪽 — 시간상 나중에 지나가는 전위 쪽 — 곧 충전에서는  $V$  가 낮은 쪽으로 늘어진다). 그림 14 가 두 방향을 나란히 보인다.

## 1.10 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의  $\text{peak\_shape}$  를 (식 (1.70) 의 두 분기로) 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 작업 격자 위 누적에 더하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식  $Q_{\text{cell}q} = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_j$  가  $\sum_j Q_j \xi_j$  꼴이라 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다 — 합산 자체는 보존식의 직접

<sup>2</sup> $L_V$  를 Optuna 등으로 피팅할 때  $L_V$  가 이 문턱을 지나면 목적함수가  $\sim 23\%$  점프해 landscape 가 비평활해진다. v12 코드에서 기본  $\nu$  상향( $\gtrsim 10$ ) 또는 문턱 근방 blend 를 검토한다(물리 불변, 수치 처방만).

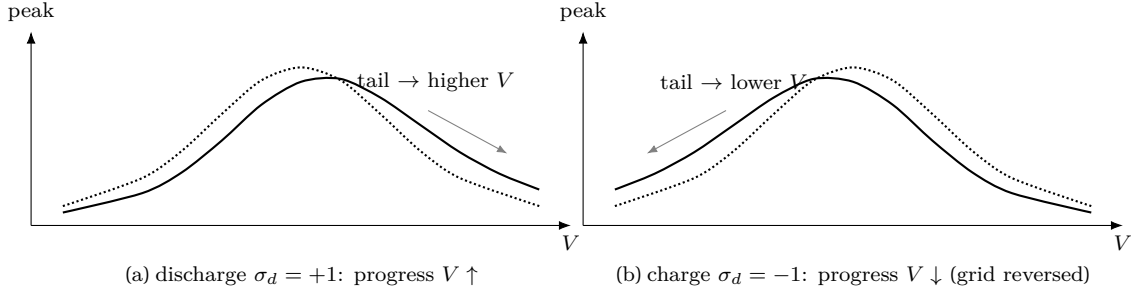


Figure 14: 인과 꼬리의 방향(v7-11 유래). 점선 = 평형 중( $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ , 방향 불변). 실선 = peak\_shape with tail. (a) 방전은 진행이  $V \uparrow$  라 꼬리가 높은  $V$  쪽으로 늘어진다(격자 그대로). (b) 충전은 진행이  $V \downarrow$  라 격자를 뒤집어 필터( $\xi[:, -1] \cdots[:, -1]$ )해 꼬리가 낮은  $V$  쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

Table 2: 전이 초기값 GRAPHITE\_STAGING\_LIT(4 건) — 출발점, 피팅으로 override.  $U$  는 'U' 폴백이자 ( $\Delta H_{rxn}, \Delta S_{rxn}$ ) 정합 목표.

| stage              | $U$ [V] | $\Delta H_{rxn}$<br>[J/mol] | $\Delta S_{rxn}$<br>[J/(mol K)] | $Q$<br>[ $Q_{cell}$ ] | $\Omega$<br>[J/mol] | $\Delta H_a$<br>[J/mol] | $ dV/dq _{q_a}$<br>[V] |
|--------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 4 $\rightarrow$ 3  | 0.210   | -11700                      | +29.0                           | 0.10                  | 6000                | 48000                   | 0.30                   |
| 3 $\rightarrow$ 2L | 0.140   | -13500                      | 0.0                             | 0.12                  | 8000                | 46000                   | 0.30                   |
| 2L $\rightarrow$ 2 | 0.120   | -13100                      | -5.0                            | 0.25                  | 10000               | 44000                   | 0.30                   |
| 2 $\rightarrow$ 1  | 0.085   | -13000                      | -16.0                           | 0.50                  | 13000               | 40000                   | 0.30                   |

미분이라 가정이 아니다(서로소 자리 분해가 전제):

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak\_shape}_j] = C_{bg} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}]. \quad (1.72)$$

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고(배경은 루프 전에 깔림), 마지막에 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 작업 격자에서 내부 전위 격자로 되돌린다(`dqdv_out`). 스칼라 입력이면 첫 성분만 반환한다.

### 1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

4건의 전이 초기값이 GRAPHITE\_STAGING\_LIT 에 박혀 있다(신뢰값 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 전제). 표 2 가 각 인자의 의미와 출발값이다 — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 폭  $w$  폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V)과  $n = 1$ ,  $\Delta S_a = 0$  을 함께 갖는다.  $\Delta H_{rxn}/\Delta S_{rxn}$  은  $U(298)$  정합으로 정해졌고( $U = (-\Delta H_{rxn} + 298.15\Delta S_{rxn})/F$  가 표의  $U$  와  $\pm 1$  mV 안에서 정합 — 4  $\rightarrow$  3 행만 0.2109 로 표시 자리수 경계),  $\Delta H_a$  는 저SOC(state of charge) $\rightarrow$  만충에서 감소하는 DFT(density functional theory) 활성화 경향,  $|dV/dq|_{q_a}$  는 컷 OCV 기울기(피팅),  $\Omega$  는 정규용액 추정이다. 여기까지가 흑연(Part I)의 결과 사슬이다 — 다음 절부터 이 골격을 두 번째 전극 LCO 양극에 건다(Part II).

## 1.11 Part II — LCO 양극: 전극-중립 골격에서 MSMR 통합까지

Part I(흑연)이 세운 forward 골격은 처음부터 전극을 가리지 않도록 설계되었다. 이 절은 그 골격을 두 번째 전극  $\text{LiCoO}_2$ (LCO) 양극에 걸기 전에, Part II 전체가 전제할 세 가지 — 무엇이 전극 무관인가 (§1.11.1), 방향 부호를 어떻게 먹이는가 (§1.11.2), 중반의 MSMR 동형은 어떤 모양으로 닫히는가 (§1.11.3) — 를 한 곳에 고정한다. 이하 Part II의 절들은 이 규약을 전제하고 각자의 자리에서 적용만 한다.

### 1.11.1 전극-중립 골격 — 무엇이 전극 무관인가

Part I까지의 기호와 매핑은 전극을 가리지 않는다 — 본문 사슬에서 host 물질이 들어가지 않는 식이다:

- (1) 실험조건 매핑 식 (1.1) — 방향 부호  $\sigma_d$ ·전류 환산  $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$ ;
- (2) 삽입 평형 조건 식 (1.37) — 반쪽반응  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$ 의 전기화학 평형은 host의 화학 정체를 상수  $\mu^0$ 와 입력값으로만 담는다(Part 0 §1.2.5의 유도에 host 항이 없다);
- (3) 정규용액 조성 자유에너지 식 (1.20) — “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다”는 가정 하나만 쓰며, 이는 LCO의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립한다;
- (4) 평형 진행률 logistic 식 (1.53)와 폭 서식  $w_j = n_j RT / F$ (식 (1.49));
- (5) 전이 문법과 평형 peak — 전이별 종 식 (1.55)와 그 전하 보존 합산(배경  $C_{\text{bg}}$  포함, §1.7·§1.10).

흑연 서술은 한 줄도 바뀌지 않으며(모든 흑연 식·표·부호는 불변), LCO는 “파라미터를 갈아 끼우고 고유 항 하나를 더하는” 두 번째 전극으로 들어온다. 본 문건이 다루는 범위는 코인 하프셀(LCO vs Li metal) 단독이다 — 전셀 합성 ( $\partial U_{\text{cell}} = \partial U_{\text{cat}} - \partial U_{\text{an}}$ )은 범위 밖이며(후속), 단전극(하프셀) 부호와 전셀 부호를 섞지 않는다.

**양극 부호 규약(흑연과 1:1 대칭).** LCO 하프셀 전위는 vs  $\text{Li}/\text{Li}^+$ 로  $\sim 3.9\text{--}4.2\text{ V}$  영역에 있다 — 흑연 음극의  $\sim 0.1\text{ V}$ 와 달리 높은 전위다. 그러나 부호 골격은 같다: 셀 방전은 LCO 입장에서 리튬화( $\text{Li}^+$ 가 LCO로 들어와  $\text{Co}^{4+} \rightarrow \text{Co}^{3+}$  환원,  $x$  증가, 전위 하강)이고, 셀 충전은 탈리튬화( $x$  감소, 전위 상승)이다 — 단 이 문장은 화학 라벨이고, 방향 의존 작용처(분극·분기·꼬리)에 들어가는  $\sigma_d$  슬롯 배정은 §1.11.2의 탈리튬화 규약(LCO 충전  $\rightarrow \sigma_d = +1$ )을 따른다. 평형 중심의 온도 의존은 관계식·부호가 흑연과 동일하고 값만 전이별로 바뀐다 (§1.11.4). 흑연에서  $\xi_j$ 가 탈리튬화 진행이었듯, LCO 양극에서 충전(탈리튬화)이  $\xi: 0 \rightarrow 1$ 의 주 진행 방향이다 — 본 문건의 LCO 전이표는 그 충전 진행을 전위 오름차순으로 적는다.

흑연의 GRAPHITE\_STAGING\_LIT(표 2)에 대응하는 LCO 초기값 리스트를 LCO\_MSMR\_LIT로 둔다(상세 §1.11.3·§1.11.9) — 표 3가 그 세 전이다. 흑연이 4 staging 전이를 남기듯, LCO 하프셀(코인,  $\leq 4.2\text{--}4.5\text{ V}$ )은 세 전이를 남긴다[11]:  $\sim 3.90\text{ V}$ 의 절연체  $\rightarrow$  금속 전이(insulator-to-metal transition, MIT),  $\sim 4.05\text{ V}$ 와  $\sim 4.17\text{ V}$ 의 한 쌍 order-disorder 전이다(고전압  $\sim 4.55\text{ V}$ 의  $\text{O}3 \rightarrow \text{H}1\text{-}3$ 는 하프셀 상한이  $\leq 4.2\text{--}4.5\text{ V}$ 면 범위 밖이라 옵션으로 둔다). 이 값들은 흑연과 마찬가지로 신뢰값이 아니라 초기값이며<sup>3</sup>(tier — 1차 문헌 Xia[11]·Reynier[12]·Motohashi[10]에서 읽은 출발점), 우리 시료 데이터로 피팅해 override하는 전제다.

흑연이 GRAPHITE\_STAGING\_LIT의  $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots)$  키를 전이별로 갖듯, LCO 전이도 같은 키 구조를 갖되 값만 표 3의 양극 영역으로 바뀐다. 단 하나의 구조적 차이는 T1에 흑연엔 없는 전자 엔트로피 항  $\Delta S_e(x, T)$ 가 더해지는 것이며(MIT 고유), 이것이 §1.11.6의 새 절이다. N1–N5 구간에서

<sup>3</sup>신뢰 등급 표기(본 문건 전역): tier A = 1차 문헌의 정량 확정값, tier B = 대표/부분 스케일 anchor(전이별 정밀값 아님), tier C = 추정·placeholder(round-trip 피팅으로 갱신 예정).

Table 3: LCO 하프셀 전이 초기값 LCO\_MSMR\_LIT(3 건, vs Li metal) — 출발점, 피팅으로 override.  $x$  는  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  의 리튬 함량. “성격”은 상전이 유형, “전자향”은 §1.11.6 의 MIT 게이트 발현 여부. 흑연 표 2 와 같은 자리(전위·성격· $\Delta S$ ), 양극 부호. ★코드 LCO\_MSMR\_LIT 시연값( $U=3.930/3.880/4.050$  V; 전자향은 T1=MIT dict 에  $x_{\text{MIT}}=0.85$  물리 anchor 로 배정 — v1.0.14 재정렬 완료)은 tier-C 시연 초기값으로,  $U \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$  시연값은 본 표의 물리 anchor(T1 MIT  $\sim 3.90$  V·T3  $\sim 4.17$  V·config 값)와 별개라 round-trip 피팅으로 정합한다. 또한 현 구현은  $\Delta S_e$  를 기준온도  $T_{\text{ref}}$  에서 동결한 상수 오프셋으로 넣어(단일-기준 근사) 봉우리를 목표 전위에 둔다(조성 매핑·다운도  $T^2$  곡률 과제는 §1.11.9).

| 전이                    | $U_j$ [V]                | $x$ 범위         | 성격                | $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 초기값   | 전자향         |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|
| T1 (MIT)              | $\sim 3.90$              | 0.94–0.75      | insulator→metal   | config + $\Delta S_e$ 게이트 ON                 | 발현(핵심)      |
| T2 (order–disorder a) | $\sim 4.05$              | $\approx 0.55$ | hex→monoclinic 정렬 | config 주도( $\approx 0.47$ J/(mol K))         | 미발현         |
| T3 (order–disorder b) | $\sim 4.17\text{--}4.20$ | $\approx 0.48$ | monoclinic→hex    | config( $\approx 1.49$ J/(mol K); 배정 tier C) | 미발현         |
| (T4)                  | $\sim 4.55$              | $\approx 0.2$  | O3→H1-3           | —                                            | (고전압, 범위 밖) |

흑연과 LCO 는 같은 식을 공유하므로 — Part I 은 흑연으로 식을 세웠고, Part II 의 절들은 LCO 파라미터를 끼워 넣는 순서로 간다.

### 1.11.2 방향 규약 — $\sigma_d$ 입력 슬롯의 물리 내용은 탈리튬화 여부다

평형 중심·꼭·평형 종은 방향과 무관하고,  $\sigma_d$  가 모델에 들어가는 작용처는 셋뿐이다 — 분극(§1.3)·분기(§1.5)·꼬리(§1.9). 세 작용처 모두에서 이 슬롯이 실어 나르는 물리 내용은 셀 방향 라벨이 아니라 다음 한 줄이다:

$$\sigma_d = +1 \Leftrightarrow \text{탈리튬화(산화, } \xi : 0 \rightarrow 1, \text{ 전위 상승 진행)} : \quad (1.73)$$

흑연 하프셀 — 방전  $\mapsto +1$ ,      LCO 하프셀 — 충전  $\mapsto +1$ .

흑연도 LCO 도 탈리튬화에서 하프셀 전위가 오른다(흑연  $\sim 0.08 \rightarrow 0.21$  V, LCO  $\sim 3.9 \rightarrow 4.2$  V)는 사실이 이 규약을 전극-중립으로 만들고, 그림 15 이 이 대응이다. 이렇게 읽으면 세 작용처의 부호가 흑연과 1:1 로 유지된다:

- 분극(식 (1.32)) —  $\sigma_d = +1$ (산화 전류)에서  $V_{\text{app}} > V_n$ : 흑연 방전과 LCO 충전이 같은 부호로 성립;
- 분기(식 (1.47); LCO 대입형은 §1.11.5) — 탈리튬화 가지가 위 ( $+\frac{1}{2}$ ), 리튬화 가지가 아래 ( $-\frac{1}{2}$ ): 과주행 기하(그림 8 — 탈리튬화는 상승 가지 극대  $\xi_s^-$  까지, 리튬화는 극소  $\xi_s^+$  까지)가 전극 무관한 이중웰 성질이라, “탈리튬화 봉우리가 높은 전위 쪽”(흑연  $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$  와 동일한 물리)이 LCO 에서도 유지된다;
- 꼬리(식 (1.71)) — 꼬리는 진행의 시간상 뒤쪽으로 늘어지므로,  $\sigma_d = +1$  (진행 = 전위 오름)은 격자 오름차순이 곧 시간 순서라 역전이 불요하고  $\sigma_d = -1$  은 격자를 뒤집어 필터한다: LCO 충전이 흑연 방전과, LCO 방전이 흑연 충전과 같은 처리를 받는다.

LCO 의  $\Omega_j^{\text{cat}}$ ·동역학 키가 배정되기 전에는 세 작용처 중 실질 활성이 분극뿐이며, 이는 §1.11.5 의 two-phase calibration 지위 그대로다.

충위 구분(모순 아님). §1.11.1 의 “셀 방전 = LCO 리튬화” 서술은 셀 방향 라벨의 의미론(어느 셀 동작이 어느 화학 방향인가)이고, 본 절의 규약 (1.73) 은 모델 입력 슬롯에 그 라벨이 아니라 탈리튬화



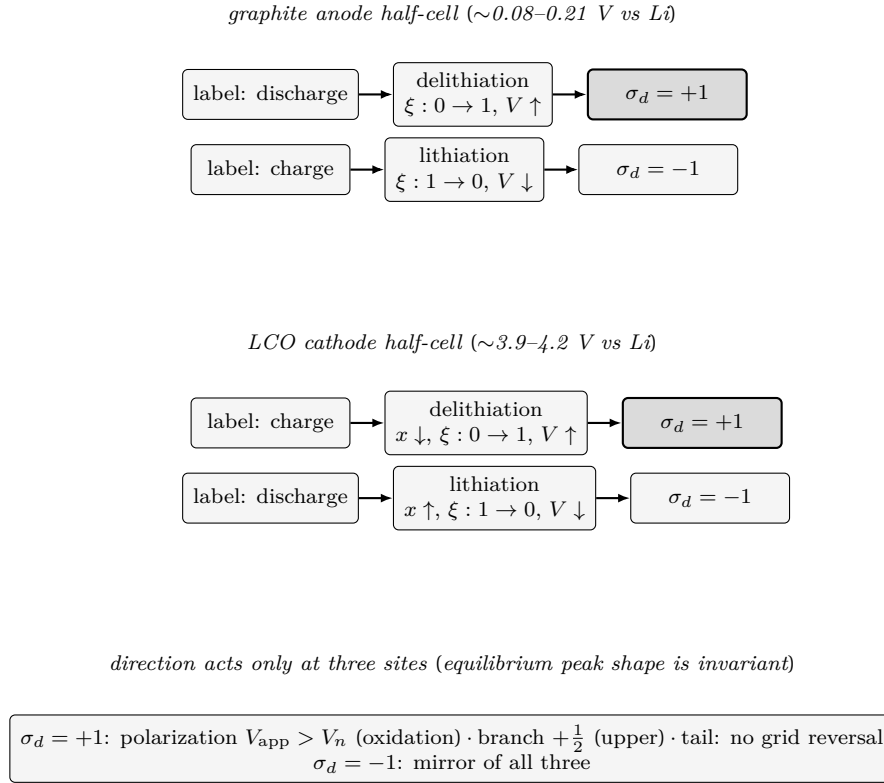


Figure 15: 충·방전 라벨과 탈리튬화 방향의 대응(신규 그림).  $\sigma_d$  슬롯의 물리 내용은 셀 라벨이 아니라 “작동 전극의 탈리튬화 = +1”(식 (1.73))이다 — 흑연 하프셀은 방전이, LCO 하프셀은 충전이  $\sigma_d = +1$  슬롯(음영 상자)에 간다. 방향은 분극·분기·꼬리 세 작용처에만 작용하고 평형 종은  $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$  교환에 불변이다.

여부를 먹인다는 적용 규칙이다 — 두 서술은 층위가 달라 모순이 아니다.

평형 종의 불변(방향이 가르는데 가르지 않는 것). 평형 종 자체는 이 선택에 불변이다 — 같은 중심·꼭에서  $1 - \xi_{\text{eq}}^{(\sigma_d)} = \xi_{\text{eq}}^{(-\sigma_d)}$ (여집합 교환; 식 (1.53)의 지수 부호 반전 그 자체이며, §1.11.9의 변환 사전이 식으로 달는다)이고 종  $\xi(1 - \xi)$ 는 이 교환에 불변이라, 평형 봉우리는 어느 읽기로도 같다. 방향 읽기가 갈라놓는 것은 오직 세 작용처 — 분극·분기·꼬리 — 다. 이 구분이 Part II 전체의 부호 실수를 막는 가드다.

### 1.11.3 MSMR 예고 — 같은 logistic, 같은 부호 규약

MSMR 모델은 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 합으로 적는 표준 파라미터화라, Part II 종반에서 Ch1 곡선 클래스와 1:1 사전 —  $U \leftrightarrow V$ ,  $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$ ,  $\omega_j \leftrightarrow w_j$ ,  $X_j \leftrightarrow Q_j$ ,  $f = +\sigma_d$  — 으로 맞물린다 ( $f$ 는 원계열의  $F/RT > 0$ 를 꼭에 흡수하고 지수에 남는 방향 부호 인자). 이 가운데  $f = +\sigma_d$ 는 같은 물리량끼리 짝짓는 대응(pairing) 하의 유일해이며, 그 유도과 가드(“함수형 동형  $\neq$  물리량 동일”)·박스는 §1.11.9가 달는다.

### 1.11.4 LCO 평형 중심과 $\partial U_j / \partial T$ — 양극 부호

(a) 출발 — 전극-중립 골격의 세 진입. §1.4의 평형 중심 유도에는 어느 다리에도 “흑연”이라는 물질 고유 향이 없다 — (i) 실험조건 매핑 식 (1.1)의 방향 부호·전류 환산  $\sigma_d = \pm 1$ ,  $|I| = c_{\text{rate}} Q_{\text{cell}}$ 은 삽입형 전극이면 종류를 가리지 않고, (ii) 전기화학 평형 조건 식 (1.37) ( $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U)$ ,  $\Delta G_j = -sFU_j$ )는 삽입 반쪽반응  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$ 의 전기화학 평형(식 (1.36))에서 나와 host의 화학



정체가 상수  $\mu^0$  와 반응 몫 입력값으로 흡수되며, (iii) 비배치 몫  $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$  은 반응 중에 무관한 열역학 항등식이라, LCO 로 넘어갈 때 이 세 자리에 들어가는 것은 전이 집합과 입력값의 치환뿐이다:

$$j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}} = \{T1, T2, T3\}, \quad (\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}) \mapsto (\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}, \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}). \quad (1.74)$$

곧  $\sigma_d$  는 방향 선택 슬롯에 남고, 평형 중심  $U_j(T)$  의 Gibbs 환산식에는 새 양극 부호가 끼지 않는다.

(b) 연산 — 평형 조건에 반응 자유에너지 대입. 전이  $j$  의 비배치 반응 자유에너지  $\Delta G_j^{\text{cat}} = \Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} - T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  를 식 (1.37) 의  $\Delta G_j = -sFU_j(s=+1)$  에 넣으면

$$\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} - T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} = -F U_j^{\text{cat}}(T),$$

곧 흑연 식 (1.38) 과 글자 그대로 같은 식에 상첨자 cat 만 붙는다.

(c) 중간식 — 중심과 온도 미분(이중 경로 교차검증). (b)를  $U_j^{\text{cat}}$  로 이항하면  $U_j^{\text{cat}}(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}})/F$  로 흑연 식 (1.39) 와 같은 함수형이고, 온도 계수는 두 독립 경로가 같은 값에 닿는다. 경로 1(직접 미분):  $\Delta H^{\text{cat}}$  는  $T$  무관,  $T\Delta S^{\text{cat}}$  의 미분이  $\Delta S^{\text{cat}}$  이라  $\partial U_j^{\text{cat}}/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}/F$  — 이는 그 온도에서의  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  순간값을 상수로 둔 순간 기울기다. 경로 2(Gibbs 항등식 경우): 등압 Gibbs 항등식  $\partial \Delta G_j/\partial T|_P = -\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  (식 (1.34)  $G \equiv H - TS$  에서 —  $\Delta S$  의  $T$ -의존 여부와 무관하게 성립 하는 정확한 항등식)와 식 (1.37) 의  $\Delta G_j = -FU_j$  를 미분한  $\partial \Delta G_j/\partial T = -F \partial U_j^{\text{cat}}/\partial T$  를 등치하면

$$-F \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = -\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} \implies \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}.$$

두 경로 어디에도 host 구분 항이 없고, 둘의 일치는 “그 온도에서의 순간 기울기”라는 의미에서다 — 이것이 “전극 불문”의 수식적 의미다.

(d) 박스 — LCO 양극 중심과 온도 계수.

$$\boxed{U_j^{\text{cat}}(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F}, \quad \frac{\partial U_j^{\text{cat}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F} \quad (j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}})} \quad (1.75)$$

관계식은 흑연 식 (1.39) 와 부호까지 1:1 이고 바뀌는 것은 값뿐이다 — 양극의 높은 중심 ( $\sim 3.9$ – $4.2$  V)은 분자  $-\Delta H_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  가 크게 양인 데서 오고,  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  는 §1.11.8 의 분해식에서 config(배치)·vib(격자 진동)·전자 세 성분으로 분해된다. 대표 단전극 스케일( $d\phi/dT \approx +0.83$  mV/K  $\rightarrow \approx +80$  J/(mol K) [tier B])의 역산과 전이별 성분값과의 층위 분리·T1 전자항과의 부호 공존은 아래 verifybox 가 정량으로 담는다. ★다운도 전자항 주의 —  $\Delta S_{e,j}(x, T) \propto T$  인 항을 다운도 모델에 풀 때 고정  $\Delta H$  로  $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S(T))/F$  를 기계 미분하면 생기는 잉여항  $T \partial_T \Delta S$  는 Kirchhoff 일관성 위반 ( $\partial \Delta H/\partial T = \Delta C_p$  이고  $T \partial \Delta S/\partial T = \Delta C_p$  라 “ $\Delta H$  고정  $\wedge \partial_T \Delta S \neq 0$ ” 가정 자체가 성립하지 않는다)의 비물리 항이므로, 유지할 불변식은 위 박스의  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T)/F$  이고 위치는 기준온도에서

$$U_j^{\text{cat}}(T) = U_j^{\text{cat}}(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(T') dT'$$

로 해석해야 한다 — 전자항  $\propto T'$  를 실제 적분한 닫힌 특수형이 §1.11.6.2 의  $T^2$  곡률식( $\frac{1}{2}(T^2 - T_{\text{ref}}^2)$  곡률)이다. (부호 좌표 고정) — 아래 검산의  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  는 반쪽반응을 삽입 방향( $\text{Li}^+$  가 host 로 들어옴)으로 적은 반응 엔트로피이며(표 2 흑연 삽입 규약과 동일 좌표), 단전극 potentiometric  $d\phi/dT$  의 부호는 측정 규약 의존이므로 아래 verifybox 는 그 대표 스케일을 삽입-반응  $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}}$  로 환산해 크기·부호 sanity 만 확인한다.

검산. LCO 중심 부호 검산( $T = 298.15$  K) — 대표 단전극 엔트로피 계수  $d\phi/dT \approx +0.83$  mV/

$K[13]$  (*tier B* — LCO 단일전극 *potentiometric*, 크기·부호 스케일 검증용 초기값)를 식 (1.75) 에 역대입하면  $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} = F dU/dT = 96485 \times 0.83 \times 10^{-3} \approx +80 \text{ J/(mol K)} > 0$  — 이 스케일에서 평형 중심이 온도에 오른다( $\partial U/\partial T > 0$ ), 30 K 창에서  $\Delta U \approx +25 \text{ mV}$  규모다. ★단전극 대 전셀 혼동 금지 — 이  $+0.83 \text{ mV/K}$  는 LCO 단일전극(*vs Li*) 값이고 본 문건(하프셀 범위)은 이 단전극 부호만 쓴다(전셀 합성은 후속) — 같은 문헌의 전셀(LCO-graphite) 엔트로피 계수는 SOC 에 따라 부호가 전환되며( $-0.37 \sim +0.1 \text{ mV/K}$ ) 흑연 향이 합산된 다른 양이다. 또한  $d\phi/dT$  의 부호·크기는  $x(\text{SOC})$  에 의존하므로 위  $+0.83$  은 대표 스케일일 뿐 전이별 정밀값이 아니다 — 전이별  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$  는 표 3. §1.11.8 분해식의 초기값을 데이터로 피팅해 정하며(허위 정밀 금지, *tier* 병기), 다운도 피팅에선 온도마다  $U_j(T)$  를 따로 읽는다. ★전자향과의 부호 공존(오독 방지) — 이  $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} \approx +80 \text{ J/(mol K)} > 0$  은 단전극 전체 엔트로피 계수(*config+vib+elec* 세 성분의 합, §1.11.8 의 분해식)의 대표 스케일이며,  $T1$  의 전자향  $\Delta S_{e,j} < 0$ (삽입 기준, §1.11.6)과 모순되지 않는다 — 전자향은 MIT 게이트의  $x$ -국소 골로, 창 중심에서 몰당  $\approx -46 \text{ J/(mol K)}$ (게이트 적분 방출  $\approx 1.1 k_B/\text{atom}$ , §1.11.6.3), 창 밖에서  $\approx 0$  이다. 창 중심에서조차 양의 전체 합을 뒤집지 못해 총 부호는 불변( $\approx +80 - 46 \approx +34 > 0$ )이고, 창 밖에선 보정 자체가 소멸한다. 표 3의 *config* 값(그리고 §1.11.8 의 *vib* 슬롯)은 전이별 부분물 성분,  $+80$  은 전체 계수의 대표 스케일로 서로 다른 종류·층위의 양이라(§1.11.8) 둘의 공존은 모순이 아니다.

### 1.11.5 LCO order-disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀

(a) 출발 — LCO 세 전이를 같은 정규용액 자유에너지에. Part 0(§1.2.4)의 격자기체 화학퍼텐셜 식 (1.19) 와 자유에너지 식 (1.20)(§1.5 가 받아쓰는)의 유일한 가정 “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다” 는 LCO  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  의 팔면체 리튬 자리에도 문자 그대로 성립하므로(자리당 점유 0 또는 1), §1.11.4 의 LCO 전이 집합에 번호를 달아

$$\mathcal{J}_{\text{LCO}} = \{T1, T2, T3\} \text{ (식 (1.74))}, \quad j = 1 (T1: \text{MIT}), \quad j = 2 (T2: \text{OD}_a), \quad j = 3 (T3: \text{OD}_b), \quad (1.76)$$

각 전이  $j$  에 진행률  $\xi_j$  를 달아 흑연과 같은 정규용액 몫을 쓴다(OD = order-disorder):

$$g_j^{\text{cat}}(\xi_j) = g_{0,j}^{\text{cat}} + RT\{\xi_j \ln \xi_j + (1 - \xi_j) \ln(1 - \xi_j)\} + \Omega_j^{\text{cat}} \xi_j(1 - \xi_j). \quad (1.77)$$

새 물리는 넣지 않는다 — LCO 로 바뀌는 것은 전이별 입력값  $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}, \gamma_j, h_{\eta,j}$  뿐이다(상첨자 cat 은 같은 슬롯의 LCO 값 표기다).

★two-phase calibration — 흑연에서 spinodal 문턱  $\Omega_j > 2RT$  ( $2RT \approx 4958 \text{ J/mol@298 K}$ , 식 (1.41))를 피팅 후 유지하는 것은 네 staging 전이 중  $2L \rightarrow 2(\text{LiC}_{12}) \cdot 2 \rightarrow 1(\text{LiC}_6)$  두 개 뿐이고 dilute→stage4 영역과  $4L \rightarrow 3L \cdot 3L \rightarrow 2L$  두 전이는  $\Omega_j < 2RT$  의 solid-solution 쪽으로 피팅되는 (§1.6-§1.7.1) 반면, LCO 는 pure-LCO 문헌 물리에서 T1(MIT)·T2·T3(order-disorder) 세 전이 전부가 같은 문턱  $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$  를 넘는 상분리 후보다(표 3). 각 전이의 실제 gap 유무는 최종적으로 피팅된  $\Omega_j^{\text{cat}}$  이  $2RT$  를 넘는지가 정한다(도핑의 정량형은 아래 도핑 문단·식 (1.84)). 다만 그 후보 지위는 아직 서술 층위다 — 표 3 는 LCO  $\Omega_j^{\text{cat}}$  의 수치 열을 신지 않으며(흑연 표 2 와 달리 초기값 미배정), 코드 LCO\_MSMR\_LIT 도 같아서 미배정 시 구현은  $\Omega = 0$  폴백으로 히스 분기를 비활성한다. 따라서 본 절의 spinodal-gap 식은  $\Omega_j^{\text{cat}}$  이 round-trip 피팅으로 배정될 때를 위한 구조식이고, 이하의 두-상 서술은  $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$  로 피팅되는 전이에 한해 발효된다.

(b) 연산 — 곡률과 spinodal 문턱. 식 (1.77) 를 두 번 미분하면 흑연 식 (1.40) 에 전이별  $\Omega_j^{\text{cat}}$  만 든다:

$$\frac{\partial^2 g_j^{\text{cat}}}{\partial \xi_j^2} = \frac{RT}{\xi_j(1 - \xi_j)} - 2\Omega_j^{\text{cat}}. \quad (1.78)$$

따라서 spinodal 은

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j^{\text{cat}}), \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT), \quad (1.79)$$

이고  $\Omega_j^{\text{cat}} < 2RT$  이면  $u_j^{\text{cat}}$  이 허수, 등호에선  $u = 0$  이라 그 전이의 spinodal gap 은 없다(gap 0 으로 연속) (흑연 코드 분기 그대로).

(c) 중간식 — LCO 전위 곡선에 spinodal 대입. LCO 전이  $j$  의 평형 전위 곡선은 식 (1.42) 에  $U_j^{\text{cat}}, \Omega_j^{\text{cat}}$  를 넣어

$$V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi) = U_j^{\text{cat}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j^{\text{cat}}}{F} (1-2\xi), \quad (1.80)$$

이고 두 spinodal 끝점에서  $\frac{\xi}{1-\xi} \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \frac{1 \pm u_j^{\text{cat}}}{1 \mp u_j^{\text{cat}}}, (1-2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \mp u_j^{\text{cat}}$  이므로(흑연 식 (1.43) 과 같은 대입) 극대-극소 차는(흑연 식 (1.44) 의 전개 재사용)

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}} = V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{-}) - V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{+}) = \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}].$$

상수 중심  $U_j^{\text{cat}}$  는 차에서 상쇄되고, 대칭점 계산으로 두 끝점의 평균은 로그 몫과  $(1-2\xi)$  몫이 각각 부호 반대로 상쇄되어  $\frac{1}{2}[V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{-}) + V_{\text{eq},j}^{\text{cat}}(\xi_{s,j}^{+})] = U_j^{\text{cat}}$  (흑연 식 (1.46) 과 동일 대수) — 분기가  $U_j^{\text{cat}}$  대칭이라는 성질이 LCO 에도 host-무관하게 성립한다.

(d) 박스 — LCO 전이별 gap 과 분기 중심.

$$\Delta U_j^{\text{hys,cat}}(T) = \begin{cases} \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}], & \Omega_j^{\text{cat}} > 2RT, \\ 0, & \Omega_j^{\text{cat}} \leq 2RT, \end{cases} \quad u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}} \quad (1.81)$$

$$U_j^{d,\text{cat}} = U_j^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys,cat}}(T) \quad (1.82)$$

흑연 식 (1.45)·(1.47) 에  $\Omega_j \mapsto \Omega_j^{\text{cat}}, U_j \mapsto U_j^{\text{cat}}, j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}$  를 실제로 넣은 대입형이다. ★주의 —  $\gamma_j, h_{\eta,j}$  는 흑연에서와 마찬가지로 여기서도 유도되지 않는 방향별 한 자유도의 현상학적 축소 인자다 (두 spinodal 끝점의 대칭 평균  $U_j^{\text{cat}}$ , 식 (1.46) 형까지는 엄밀히 유도되나, 그 너머 실측 분기를 한 자유도로 접는 것은 §1.5 와 동일 지위의 모델 가정이다).

★분기 부호 — 식 (1.82) 의  $\sigma_d$  슬롯은 §1.11.2 의 전극-중립 규약(식 (1.73) — 탈리튬화 = +1, LCO 하프셀에선 충전)을 받고, 가지 배치(탈리튬화 +  $\frac{1}{2}$  위, 리튬화 -  $\frac{1}{2}$  아래)와 “탈리튬화 붕우리가 높은 전위 쪽” 읽기는 같은 절 (b) 항과 동일하게 유지된다.

(T2·T3) order-disorder(OD) —  $x \approx 0.5$  부근 monoclinic 초격자(점유 Li 와 빈자리의 교대 정렬)를 이루는 T2(~4.05 V, hex→monoclinic)·T3(~4.17–4.20 V, monoclinic→hex)는, 1차 전이의 2 상 공존을 전이 진행률  $\xi_j$  좌표의 정규용액으로 접을 때 나타나는 유효 인력  $\Omega_j^{\text{cat}} > 0$ (미시 기원은 Li·빈자리의 정렬 상호작용이고, 이중웰을 만드는 것은 이 유효 좌표의 불록성 상실이다)이 만드는 상분리의 LCO 사례로, 식 (1.81)·(1.82) 에  $j = 2, 3$  을 넣으면

$$u_j^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j^{\text{cat}}}}, \quad \Delta U_j^{\text{hys,cat}} = \frac{2}{F} [\Omega_j^{\text{cat}} u_j^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_j^{\text{cat}}], \\ U_j^{d,\text{cat}} = U_j^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys,cat}} \quad (j = 2, 3),$$

로 T2·T3 각각 열린다. ★ $\Omega$  와 config  $\Delta S$  의 구분(혼동 가드) — 정렬의 charge-order 엔트로피 변화 ( $\approx 0.47 \text{ J}/(\text{mol K})@x=\frac{1}{2}, \approx 1.49 \text{ J}/(\text{mol K})@x=\frac{2}{3}$  [값은 tier A, Motohashi[10]; 단  $x=\frac{2}{3}$  anchor 는

T2/T3 조성 창( $x \approx 0.55/0.48$ ) 밖이라 슬롯 배정은 tier C — 최종 귀속은 피팅 위임)는 표 3-§1.11.8의  $\Delta S_j^{\text{config}}$  슬롯( $U_j^{\text{cat}}(T)$ 의 온도 이동)에 들어가는 엔트로피[J/(mol K)]이지 spinodal 문턱을 정하는 상호작용 에너지  $\Omega_j^{\text{cat}}$ [J/mol]가 아니므로, “0.47/1.49  $\rightarrow \Omega_j^{\text{cat}}$ ” 식의 다리를 놓지 말고  $\Omega_j^{\text{cat}}$ 는 gap을 정하는 별도 피팅 파라미터로 둔다.

**(T1) MIT 2상역** — T1( $\sim 3.90$  V,  $x \approx 0.94$ –0.75, 절연체 $\rightarrow$ 금속)의 구조적 2상 공존도 같은 정규용액 문턱을 받아

$$u_1^{\text{cat}} = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_1^{\text{cat}}}}, \quad \Delta U_1^{\text{hys,cat}} = \frac{2}{F} [\Omega_1^{\text{cat}} u_1^{\text{cat}} - 2RT \operatorname{artanh} u_1^{\text{cat}}], \quad U_1^{d,\text{cat}} = U_1^{\text{cat}} + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,1} \gamma_1 \Delta U_1^{\text{hys,cat}}.$$

MIT 고유의 전자 자유도는 이 히스 gap에 새 항으로 섞이지 않는다 — 그 항은 이미  $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}} = \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)$ (§1.11.8의 분해식)를 통해  $U_1^{\text{cat}}(T)$ 의 온도 이동(식(1.75))에 들어가, 두 몫이 서로 다른 슬롯에 산다:

$$\underbrace{\Delta U_1^{\text{hys,cat}}(\text{구조적 2상역}) \leftarrow \Omega_1^{\text{cat}}}_{\text{정규용액 히스 gap (이 절)}} \parallel \underbrace{\partial U_1^{\text{cat}}/\partial T \leftarrow \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{전자 엔트로피 (§1.11.6)}} \quad (1.83)$$

이 분리가 config 2상역과 전자 엔트로피를 이중계산하지 않는 경계다.

**도핑 보정(우리 시료)** —  $\text{Al}^{3+}/\text{Mg}^{2+}$  비-redox 치환은 Co redox·전자항을 보존하되 order-disorder-MIT 상전이를 억제한다 — 정규용액 틀에서 이는 pure-LCO 문헌 물리  $\Omega_j^{\text{cat,pure}}$ 를 도핑 피팅값  $\Omega_j^{\text{cat,dop}}$ 로 낮추는 입력 변화다. 식(1.81)의 문턱 극한은

$$\Omega_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 2RT^+ \implies u_j^{\text{cat,dop}} \rightarrow 0, \quad \Delta U_j^{\text{hys,cat,dop}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} (u_j^{\text{cat,dop}})^3 \rightarrow 0, \quad (1.84)$$

(흑연 식(1.45) 아래 Taylor 극한 재사용,  $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$ ,  $T_{c,j} = \Omega_j^{\text{cat}}/2R$ )이고,  $\Omega_j^{\text{cat,dop}} \leq 2RT$ 로 피팅되는 전이는 같은 식 안에서 gap이 0으로 닫힌다 — 이것이 상전이 억제에 따른 히스 축소와 peak smear의 수식 표현이며, 풀린 몫은 §1.7.1의 broadening 폭이 더 크게 담는다. ★슬롯 분리 — 중심 전위의 미세 shift는 같은 전이 dict의  $U_j^{\text{cat}}$  피팅값 이동으로 따로 들어가며,  $\Omega_j^{\text{cat}}$  하나가 gap-smear와 중심 이동을 동시에 만든다고 쓰지 않는다(흑연 GRAPHITE\_STAGING\_LIT가 초기값이고 폭이 피팅 대상이었듯, pure-LCO  $\Omega_j^{\text{cat}}$ 가 초기값이고 폭·shift는 우리 데이터로 피팅).

### 1.11.6 LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)

지금까지  $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 배치·격자진동 두 몫이면 흑연에서 닫혔으나, LCO 양극은 전자(electronic) 엔트로피 몫이 하나 더 있다 — 까닭(MIT로  $g(E_F)$ 가 커짐)은 §1.11.6.1가 연다. 이 절은 §1.6.3의 점유 분포 언어를 전자 준위로 옮겨 Fermi-Dirac 분포에서 이 항을 유도하고, 1차 문헌에 없는 연속 곡선의 빈자리를 ★MIT-logistic 게이트라는 모델 가정으로 메우되 그 가정을 물리로 정당화한다.

#### 1.11.6.1 왜 흑연엔 없고 LCO엔 있나 — MIT의 물리

삽입 반응의 전체 엔트로피 변화는 “리튬 자리 배열”(config)·“격자 진동”(vib)·“전자 준위 점유”(electronic) 세 자유도의 합이며, 흑연에서는 셋째 몫이 작다 — 흑연-LiC<sub>6</sub> 모두 전도성이 좋아 충방전 동안  $g(E_F)$ 가 크게 바뀌지 않아 전자 분포의 엔트로피 변화가 거의 없다. LCO는 다르다:  $x=1$ (LiCoO<sub>2</sub>)은  $\text{Co}^{3+}(t_{2g}^6 \text{ low-spin, 닫힌 껍질})$ 라 전기 절연체( $g(E_F) \approx 0$ )이고, 탈리튬화로  $x$ 가  $\sim 0.94$  아래로 내려가면  $\text{Co}^{4+}$  정공이 생겨  $t_{2g}$  띠에 전도 전자가 열려 금속이 된다( $g(E_F) \rightarrow \text{유한}$ )[9, 10]. 이 MIT는  $x \approx 0.75$ –0.94의 2상역에서 일어나며(§1.11.5의 T1) 그 구간에서만 전자 분포가 커지므로 전자



엔트로피 변화도 그 구간에 국소한다 — 곧 “전자항이 켜지는 게이트”는 MIT 의 직접 결과다.

### 1.11.6.2 Fermi–Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도

(a) 출발 — 전도 전자의 Fermi–Dirac 분포. §1.6.3 에서 흑연 리튬 자리의 평형 점유가 Fermi-함수 형이었듯, LCO 의 전도 전자도 에너지 준위  $E$  를 Fermi–Dirac 분포로 점유하며 ( $E_F$ =Fermi 준위):

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}} \quad (1.85)$$

입자 0/1 배타 점유라는 구조가 식 (1.10) 의 리튬 자리 점유와 같다 — 다만 자리가 “리튬 흡착 자리”가 아니라 “전자 에너지 준위”다. (b) 연산 — 분포에서 엔트로피. 이 분포의 엔트로피는 두 상태 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것이며 ( $-k_B \sum [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)]$ , 식 (1.85) 를 자리당 점유로 본 Part 0 §1.2.3 의  $S_{\text{mix}}$  와 같은 꼴), 축퇴 전자기체 ( $k_B T \ll E_F$ ) 에서 이 합은 Fermi 준위 근방의 좁은 열폭 ( $\sim k_B T$ ) 에만 기여가 살아 Sommerfeld 전개로 닫힌다. (c) 중간식 — Sommerfeld 전개로  $C_e$ , 그리고 적분으로  $S_e$ . 여기서 한 가정을 명시한다 — 표준 Sommerfeld 처방대로 상태밀도  $g(E)$  를 그 좁은 열폭 ( $\sim k_B T$ ) 안에서  $E_F$  근방의 상수  $g(E_F)$  로 동결하며 ( $g(E) \approx g(E_F)$ ), 이 동결이 정당한 까닭은 적분에 기여하는 때가 폭  $\sim k_B T$  로 좁고 축퇴 극한  $k_B T \ll E_F$  에서는 그 좁은 창 안에서  $g(E)$  의 에너지 의존이 선도 차수로 무시되는 금속 전자기체의 표준 Sommerfeld 근사이기 때문이다. 이 동결 아래 내부에너지  $U_e = \int E g(E) f dE$  의 온도 미분에 표준 Sommerfeld 적분  $\int (-\partial f / \partial E) (E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$  를 대입하면 전자 비열  $C_e = \partial U_e / \partial T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) (T\text{-선형, 금속의 표준 결과})$  이 먼저 닫히고, 이를  $S_e = \int_0^T (C_e / T') dT'$  로 적분하면 ( $C_e / T' = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 g(E_F)$  가  $T'$  무관 상수라 적분이 곧바로 닫혀)

$$S_e(T, x) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x) \quad (1.86)$$

로 닫힌다 ( $g(E_F, x)$  = 자리당 Fermi 준위 상태밀도). ★직접 엔트로피 경로(교차검증). 같은 결과를 비열 없이 정보 엔트로피에서 곧장 닫아맞대어 보면, 분포 (1.85) 의 엔트로피  $S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] dE$  는 무차원 변수  $\zeta \equiv (E - E_F) / k_B T$  와 엔트로피 핵  $s(\zeta) \equiv -[f \ln f + (1-f) \ln(1-f)] \geq 0$  로  $\zeta = 0$  대칭의 종이 되며 표준 Fermi 적분 항등식  $\int_{-\infty}^{\infty} s(\zeta) d\zeta = \pi^2/3$  를 만족한다. 동결  $g \approx g(E_F)$  아래  $dE = k_B T d\zeta$  를 넣으면

$$S_e = +k_B \int g(E) s(\zeta) dE = k_B g(E_F) k_B T \int_{-\infty}^{\infty} s(\zeta) d\zeta = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \quad (1.87)$$

가 되어 비열 경로의 식 (1.86) 와 한 항등식  $\int s(\zeta) d\zeta = \pi^2/3$  으로 일치한다 — 두 경로의 합치가 함수형의 교차검증이다(부호 —  $s(\zeta) \geq 0$ ,  $g \geq 0$  이라  $S_e \geq 0$ ; 극한  $T \rightarrow 0$  또는  $g(E_F) \rightarrow 0$  에서  $S_e \rightarrow 0$ ). ★Sommerfeld 동결의 유효 경계. 위 동결  $g \approx g(E_F)$  의 정확형은 상태밀도의 에너지 의존을 담은 보정항  $\propto g'(E_F) \cdot (k_B T)^2$  (Mott 항, 상대 크기  $\mathcal{O}[(k_B T / E_F)^2]$ ) 를 포함하나, LCO 금속 상은  $E_F \sim \text{eV}$ ,  $k_B T @ 300 \text{ K} \approx 0.026 \text{ eV}$  라  $k_B T / E_F \sim 0.03$  으로 보정이 무시할 수준이다. 다만 MIT 전이 중심에서는  $g(E_F)$  가 0 에서 켜지며  $E_F$  근방 상태밀도가 급변하므로, 동결 가정은 완전 metal 끝점에서 가장 견고하고 전이 중심에서 가장 약하다 — forward 모델이 전이를 게이트 폭  $\Delta x_{\text{MIT}}$  로 매끄럽게 보간하므로 이 약화는 피팅 폭에 흡수된다. ★세 구성요소의 신뢰 등급 분리(허위 정밀 금지). 식 (1.86) 를 한 등급으로 뭉개지 않도록 이를 이루는 세 구성요소 — 식의 함수형·끝점 anchor 값·조정에 따른 연속 곡선 — 을 갈라 신뢰 등급을 따로 매긴다. 첫째, 함수형  $S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$  는 교과서 Sommerfeld 표준 결과라 tier A 이며(가정은 위 (c) 의  $g \approx g(E_F)$  동결), 둘째, 완전 metal 의 단일 anchor 값  $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/eV/atom}$  ( $\text{CoO}_2$ ,  $x=0$ ) 도 측정된 끝점인 그 한 점에서만 tier A 다[10]. 셋째, MIT 를 가로지르는 연속 곡선  $g(E_F, x)$  는 1차 문헌에 부재하여(갭 G2 — Gn 은 본 문건이 추적하는 1차 문헌 공백의 일련번호) 신뢰 등급이 없으며, §1.11.6.3 의 logistic 게이트로 모델 가정을 세운 뒤

데이터 피팅에 위임한다 — 함수형·anchor 의 견고함을 전이 곡선의 불확실로 끌어내려 뭉개서는 안 된다. (d) 박스 — 전이당(삽입당) 전자 엔트로피. forward 모델이  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  자리에 쓰는 양은 삽입 반응 엔트로피로 — 흑연의 GRAPHITE\_STAGING\_LIT(표 2)가 stage 2 → 1 삽입에  $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K}) < 0$  을 넣어  $U(298) \approx 0.085 \text{ V}$  를 round-trip 으로 맞추는 바로 그 슬롯(반응식  $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}$ , 삽입 방향; 부호 규약은 삽입 기준,  $x \uparrow$  당 변화)이며, 전자향도 같은 삽입 방향으로  $g(E_F)$  의 조성 미분에 부호를 실어 전이당 전자 엔트로피를

$$\Delta S_{e,j}(x, T) \equiv \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad (< 0 \text{ at MIT, 삽입 기준}) \quad (1.88)$$

로 정의한다. ★단위 다리(자리당  $k_B \rightarrow$  몰당  $R$ ). 식 (1.88) 의 박스는 자리당( $k_B^2$  차원, 원자 1개당) 양인 반면 forward 슬롯  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  는 몰당(J/(mol K), Li 1몰 삽입당) 양이므로, 그대로 넣으면 단위가 어긋나 Avogadro 수  $N_A$  를 곱해 몰당으로 환산하면( $N_A k_B^2 = R k_B$ , 곧 자리당  $k_B$  한 몫이 몰당  $R$  로 올라간다)

$$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T) = N_A \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} R k_B T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad [\text{J}/(\text{mol K}); N_A k_B^2 = R k_B] \quad (1.89)$$

가 §1.11.8 분해식의  $\Delta S_{e,j}$  자리에 들어가는 실제 몰당 값이다( $g$  가 e/eV 단위면 eV → J 환산도 함께 적용). ★eV → J 단위 환산식(부호 분모 주의).  $g$  의 분모가 eV 이므로 J 단위 상태밀도는  $e_V$  로 나눠 얻는다:

$$g_J(E_F, x) = \frac{g_{\text{eV}}(E_F, x)}{e_V} \quad [\text{states}/\text{J}/\text{atom}], \quad e_V = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J/eV}. \quad (1.90)$$

이를 대입한 게이트형 몰당 단편식은  $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = -\frac{\pi^2}{3} R(k_B T/e_V)(g_{\text{max}}/\Delta x_{\text{MIT}})\sigma(1-\sigma)$  이며(게이트 파라미터  $g_{\text{max}} \cdot x_{\text{MIT}} \cdot \Delta x_{\text{MIT}}$  와 logistic  $\sigma$  의 정의는 다음 소절 §1.11.6.3 가 담는다 — 여기서는 단편꼴 예고), 변환에서  $e_V$  를 곱하면(나눗셈 대신) 결과가  $1/e_V^2$  배, 곧  $\approx 4 \times 10^{37}$  배 어긋나므로 P4(후속 코드 개정 로드맵 단계) 코드 구현은 식 (1.90) 의 나눗셈 형을 쓴다 — 부호는 환산에 불변이므로( $N_A > 0, e_V > 0$ ) 아래 부호 규약은 자리당·몰당 양쪽에 그대로 성립한다. ★부호 규약(★최우선 결함 클래스). 삽입 기준이며,  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  슬롯(흑연 2 → 1 삽입  $-16 \text{ J}/(\text{mol K})$ )과 일관한다 — 물리적으로 탈리튬화( $x \downarrow$ , 본 문건 LCO 충전 주 진행) 시 전자 엔트로피가 방출되며, 그 방출량은 게이트가 스스로 예측하는 MIT 전 구간 적분  $\int |\partial S_e / \partial x| dx \approx 1.1 k_B/\text{atom}$ (완전 metal 끝점  $S_e$  와 항등)이고, reynier[12] 의 O3 층 부분몰  $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ (config+vib+ 전자 총합, tier B)은 전자향 단독량이 아닌 별개 anchor 다(§1.11.6.3 의 “세 양의 구분”). 담는 논리는 — 삽입( $x \uparrow$ ) 으로 금속 → 절연체라  $g(E_F)$  가  $g_{\text{max}} \rightarrow 0$  으로 감소하므로  $\partial g / \partial x < 0$ , 따라서 식 (1.88) 의  $\Delta S_{e,j} = +\partial S_e / \partial x < 0$  — MIT 구간에서 전이당(삽입당) 전자 엔트로피가 음의 골이고, 그 절댓값  $|\Delta S_{e,j}| = -\partial S_e / \partial x > 0$  이 탈리튬화 시 방출되는 봉우리다(그림 16 의 파선이 이 양의 방출량  $-\partial g / \partial x$  — 흑연의 음의  $\Delta S_{\text{rxn}}$  슬롯과 같은 삽입-기준 부호이며, 박스·프레임 그림·분해식(§1.11.8)이 모두 같은 삽입-기준  $\Delta S_{e,j} < 0$ (탈리튬화 방출  $|\Delta S_{e,j}| > 0$ )을 가리킨다. ★온도 의존. 식 (1.88) 는 다른 항과 결정적으로 다르다 —  $\Delta S_{e,j} \propto T$  이므로(상수  $\Delta S_{\text{rxn}}$  인 config·vib 와 달리) 전자 기여  $\partial U_j / \partial T|_e = \Delta S_{e,j} / F \propto T$  가  $T$  에 선형이며, 이를 적분한 전자향의  $U_1$  이동은  $\propto T^2$  다(선형 아님 — 식별 신호는 “ $\partial U / \partial T$  가  $T$  에 선형”이지 “peak 위치가  $T$  에 선형”이 아니다). 다운도 피팅에서 전자향만 이  $T$  의존을 보이며, Ch2 의 가역 발열로 확장할 때 중요하다.

★ $T^2$  누적계수 — 적분형의  $\frac{1}{2}$ . 전자향이  $T$  선형이므로 T1 의 총 삽입 엔트로피를 상수 몫과 선형 몫으로 적으면  $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T) = \Delta S_0 + a_e T$  이고( $\Delta S_0 = \Delta S_0^{\text{config}} + \Delta S_0^{\text{vib}}$  는  $T$  무관, 전자 기울기  $a_e = -\frac{\pi^2}{3} R(k_B/e_V)(g_{\text{max}}/\Delta x_{\text{MIT}})\sigma(1-\sigma) < 0$  는 식 (1.89)·(1.90) 의 몰당 나눗셈 형).  $\partial U_1 / \partial T =$



$\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(T)/F$  를 기준온도  $T_{\text{ref}}$ (식 (1.110) 와 같은 기호)에서 적분하면

$$U_1(T) = U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{\Delta S_0}{F} (T - T_{\text{ref}}) + \frac{a_e}{2F} (T^2 - T_{\text{ref}}^2). \quad (1.91)$$

전자항의  $T^2$  계수는  $a_e/(2F)$  이며,  $\frac{1}{2}$  인자는  $\int_{T_{\text{ref}}}^T a_e T' dT' = \frac{a_e}{2} (T^2 - T_{\text{ref}}^2)$  에서 나온다( $T \cdot \Delta S$  의 단순 곱으로 섞으면 이  $\frac{1}{2}$  을 잃는다) — config.vib 는  $T$ -선형 항  $\frac{\Delta S_0}{F} (T - T_{\text{ref}})$  만 남기고, 곡률( $a_e/(2F) < 0$ ) 은 전자항이 단독으로 만들며, 고온 외삽이 선형 외삽보다 낮아지는 것이 식별 신호다.

### 1.11.6.3 $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화

식 (1.88) 를 쓰려면  $g(E_F, x)$  의 연속 곡선이 필요하나 1차 문헌엔 없어(Motohashi 등 [10]의 완전 metal  $\text{CoO}_2(x=0)$  단일 anchor  $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/atom}$  과 “ $x \downarrow$  로  $g$  가 커진다”는 정성 추세만 있음 — 이것이 겹 G2), 흑연 GRAPHITE\_STAGING\_LIT 의 “문헌값=초기값, 데이터로 피팅” 철학을 그대로 적용해 MIT 의 전이를 *logistic* 게이트로 근사한다:

$$g(E_F, x) \approx g_{\text{max}} \left[ 1 - \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad g_{\text{max}} = 13 \text{ eV/atom}, \quad x_{\text{MIT}} \approx 0.85, \quad \Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05 \quad (1.92)$$

( $\sigma$ =logistic,  $x \downarrow$  로  $g$  가  $0 \rightarrow g_{\text{max}}$  커짐) 세 초기값( $g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$ ) 이 피팅 대상이며, 식 (1.88) 에 넣으면 삽입 기준  $\Delta S_e(x) \propto \partial g / \partial x < 0$  (탈리튬화 방출  $|\Delta S_e| \propto -\partial g / \partial x > 0$ ) 가 MIT 부근의 국소 골 (절댓값 봉우리, 작지만 0 아님) 이 된다.

게이트 (1.92) 를 식 (1.88) 에 대입해 한 줄 단한식으로 적으면 — logistic 미분 항등식  $\sigma'(z) = \sigma(z)[1 - \sigma(z)]$  (식 (1.54) 의 중 항등식과 같은 것, 연쇄율로  $\partial \sigma / \partial x = \sigma' / \Delta x_{\text{MIT}}$ ) 를 써서  $\partial g / \partial x = -\frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(1 - \sigma) < 0$  이므로

$$\Delta S_{e,j}(x, T) = -\frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \left[ 1 - \sigma \left( \frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right] < 0 \quad (1.93)$$

— 앞의 음부호가 삽입 기준  $\Delta S_{e,j} < 0$  을 식 자체로 못박으며( $g_{\text{max}}, \Delta x_{\text{MIT}}, \sigma(1 - \sigma)$  모두 양),  $x_{\text{MIT}}$  에서  $\sigma(1 - \sigma)$  가 최대  $\frac{1}{4}$  라 골이 가장 깊고 양쪽으로 지수적으로 죽어 T1 에만 국소화된 종 (절댓값 봉우리) 이다 — 식 (1.89) 의 몰당 환산을 적용하면  $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$  가 forward 슬롯에 들어간다.

★모델 가정의 물리적 정당화(왜 step 이 아니라 logistic, 왜 이 세 값). 이 게이트는 임의 곡선맞춤이 아니라 다음 물리에 근거한다.

- (i)  $g_{\text{max}} = 13 \text{ eV/atom}$  — **anchor**. 완전 탈리튬  $\text{CoO}_2$  의 metallic  $g(E_F)$  가 이 값이며 (tier A 단일점) [10], 게이트의 “커진” 높이는 측정된 끝점이지 자유 파라미터가 아니다(초기값으로 고정, 도핑 시 소폭 조정).
- (ii)  $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$  — **전이 중심**. MIT 2상역이  $x \approx 0.75\text{--}0.94$  에서 관측되므로 [9, 8], 그 중앙  $\approx 0.85$  가 게이트 중심이다 — 전이가 일어나는 조성을 직접 읽은 값이다.
- (iii)  $\Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05$  — **폭**. 발현 2상역의 조성 폭 ( $\approx 0.94\text{--}0.75 = 0.19$ ) 을 logistic 의  $\pm 2\Delta x$  유효폭 ( $\approx 0.2$ ) 에 맞춘 것으로, 이 폭은 결함 농도에 의존한다 — 실제 시료는 산소 결손·양이온 무질서가 MIT 발현 조성을 분산시키므로 step(0폭) 이 아니라 유한 폭이 물리적이며, *logistic* 을 택한 이유가 바로 이것이다: (1) 매끄러운  $\partial U_j / \partial T$  를 주어 Ch2 의 겹침 가중과 일관되고, (2) 결함이 만드는 발현 조성의 분산을 폭 하나로 흡수해 데이터로 피팅 가능하게 한다 — step 함수는  $\partial g / \partial x$  가 델타라 비물리적 스파이크를 내고 결함 분산을 담지 못한다.

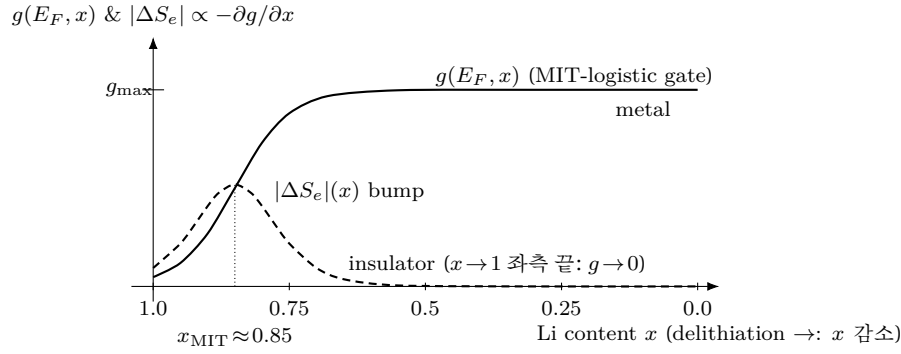


Figure 16: LCO 전자 엔트로피의 MIT-logistic 게이트(신규). 실선 =  $g(E_F, x)$ (식 (1.92)):  $x \approx 1$  절연체에서  $\approx 0$ , 탈리튬화로  $x_{\text{MIT}} \approx 0.85$  부근에서 metal 의  $g_{\text{max}} = 13 \text{ e/eV/atom}$  으로 커진다. 파선 = 탈리튬화 시 방출되는 부분물 전자 엔트로피  $|\Delta S_e| = -\partial S_e / \partial x \propto -\partial g / \partial x > 0$  (식 (1.88). 닫힌식 (1.93); 삽입 기준  $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x < 0$ 의 절댓값으로,  $x_{\text{MIT}}$ 에서  $\sigma(1-\sigma)$ 가 최대): 전이 중심의 국소 봉우리다 — 작지만(게이트 골 몰당  $\approx -46 \text{ J/(mol K)}$ , §1.11.6.3) MIT 구간에만 켜지는 게이트라 config 단독으로 대체 불가.  $\Delta S_{e,j} \propto T$ 라 다른 항과 달리 전자 기여의  $\partial U / \partial T$ 가  $T$ 에 선형(§1.11.6.2; U-이동은  $\propto T^2$ ). 흑연엔 이 봉우리가 없다( $g(E_F)$  변화 미미).

(iv) 게이트 형태의 자기일관성. 식 (1.92)의 logistic은 §1.6.3의 점유 분포(식 (1.10))와 같은 함수형이다 — 전자 띠가 열리는 전이를 “Fermi-함수형 게이트”로 적는 것은 전도 전자 점유 자체가 Fermi-Dirac (식 (1.85))인 것과 한 언어이며, 게이트는 LCO 전자구조의 점유 분포 관점이 자연히 낳는 꼴이다.

크기 계산 — 작지만 MIT 게이트로 필수. 완전 metal 한계의 자리당 전자 엔트로피는 식 (1.86)로  $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3}(k_B T)g(E_F) = 3.29 \times 0.0259 \text{ eV} \times 13/\text{eV} \approx 1.1 k_B/\text{atom}$  ( $T=300 \text{ K}$ )이며, 이 값이 게이트가 스스로 예측하는 MIT 적분 전자 방출량과 항등이다. 한편 O3 영역의 부분물 차  $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$  [12](tier B)는 config+vib+전자 총합의 부분물량이라 위 전자 단독 절댓값(1.1)과 척도가 다른 양이다(아래 “세 양의 구분” 참조 — 같은 자릿수 대조를 하지 않는다). 그 O3 총합은 config가 지배하나 ( $> \frac{1}{2}$  [12], tier A), 전자항이 없으면 config 단독으로는 MIT 2상역의 엔트로피 거동을 재현하지 못해 [15](tier A) 절연체→금속의 전자 자유도가 켜지는 신호를 오직  $\Delta S_e$  게이트만 담는다 — “작지만 빠지면 MIT를 못 그린다”.

★세 양의 구분(서로 다른 척도). 위 크기 논의에 등장하는 세 수치 — 완전 metal의 전체 자리당 전자 엔트로피  $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3}(k_B T)g(E_F) \approx 1.1 k_B/\text{atom}$  (식 (1.86),  $x=0$  끝점, 절댓값), O3 영역의 부분물 차  $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$  [12](한 조성 구간의 변화량 anchor), 게이트 미분의 골 깊이(식 (1.93)·(1.90)의 몰당 닫힌 식으로 전이 중심  $\sigma(1-\sigma) = \frac{1}{4}$ ,  $g_{\text{max}}=13$ ,  $\Delta x_{\text{MIT}}=0.05$ ,  $T=300 \text{ K}$ 에서  $-\frac{\pi^2}{3}R(k_B T/eV)(g_{\text{max}}/\Delta x_{\text{MIT}}) \cdot \frac{1}{4} \approx -46 \text{ J/(mol K)}$ ) — 는 서로 다른 양이므로 한자리에 섞지 않는다. 골 깊이가 부분물 차보다 큰 것은  $1/\Delta x_{\text{MIT}} \approx 20$ 의 게이트 미분 증폭 때문이며, 어느 하나를 다른 하나의 계산으로 쓰지 않는다.

이 전자항이 합산식 (1.72)에  $U_j(T)$ 를 통해 들어가는  $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 의 분해 (§1.11.8)에서 셋째 성분으로 plug-in되며(흑연은 이 자리가 0), forward 코드는 전이 파라미터를 LCO로 갈아 끼우고 이 항 하나를 더하는 것만으로 LCO에 적용된다(§1.11.9).

### 1.11.7 LCO $dQ/dV$ peak — 양극 영역의 세 봉우리

(a) 출발 — 전하 보존식을 LCO 전이 집합으로. 흑연 §1.7의 출발점인 전하 보존식은 전극을 가리지 않으므로, 전이 집합만  $\mathcal{J}_{\text{LCO}}$ (식 (1.76))로 바꿔 그대로 적는다:

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + \sum_{j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}} Q_j^{\text{cat}} \xi_j \implies \frac{dQ}{dV} = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{\text{cat}} \frac{d\xi_j}{dV}. \quad (1.94)$$

(b) 연산 — 평형 추종과 logistic 미분의 중 항등식. 평형 추종이면  $d\xi_j/dV$ 에 평형 기울기가 들어가며, LCO 전이  $j$ 의 평형 진행률은 흑연 식 (1.53)에 분기 중심  $U_j^{d,\text{cat}}$ (식 (1.82))을 넣은( $\sigma_d$ 는 §1.11.2 규약 (1.73))  $\xi_{\text{eq},j} = \{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j]\}^{-1}$ 이고,  $z_j \equiv \sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j$ 로 중 항등식 (1.54)( $d\xi_{\text{eq}}/dz_j = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ )과 연쇄율  $dz_j/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \implies \left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right| = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (j \in \mathcal{J}_{\text{LCO}}), \quad (1.95)$$

—  $\xi(1 - \xi) \geq 0$ 라 봉우리 모양은 방향 불변. 양수이며,  $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ ( $\sigma_d$  뒤집기)에 대칭이다.

(c) 중간식 — 봉우리의 세 관측량. 식 (1.95) 하나에서 전이  $j$  봉우리의 위치·순높이·면적이 전부 읽힌다:

$$V_{\text{peak},j} = U_j^{d,\text{cat}}(z_j=0), \quad \left( \frac{dQ}{dV} \right)_{j,\text{max}}^{\text{eq}} = \frac{Q_j^{\text{cat}}}{4w_j} \left( \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) \Big|_{1/2} = \frac{1}{4} \right), \quad (1.96)$$

$$\int \left( \frac{dQ}{dV} \right)_j^{\text{eq}} dV = Q_j^{\text{cat}} \left( \int_0^1 d\xi = 1 \right).$$

(d) 박스 — LCO 하프셀 3-전이 평형  $dQ/dV$ . (b)를 (a)에 넣으면 양극 전위 영역의 평형 기준선이 닫히며

$$\left( \frac{dQ}{dV} \right)_{\text{LCO}}^{\text{eq}}(V, T) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^3 Q_j^{\text{cat}} \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}, \quad \xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^{d,\text{cat}})/w_j]}. \quad (1.97)$$

흑연이  $\sim 0.085\text{--}0.21$  V에 네 봉우리를 남기듯 이 식은 표 3의 입력으로 세 봉우리 — T1의  $\sim 3.90$  V(MIT plateau), T2의  $\sim 4.05$  V, T3의  $\sim 4.17\text{--}4.20$  V(T2와 한 쌍의 좁은 order-disorder 봉우리) —를 남긴다. order-disorder의 큰  $\Omega_j^{\text{cat}}(> 2RT$ 로 피팅될 경우)는 (i) plateau(두-상) 성격을 강화해 평형 봉우리를 델타에 가깝게 하고(실측 폭은  $w_j$ 가 현상학적으로 담음 — §1.7.1), (ii) 분기 gap(식 (1.81))도 흑연보다 키운다.

폭의 지위. 폭은 흑연과 같은  $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.49)) 서식이되, pure-LCO 문헌 물리에서 세 전이 모두  $\Omega_j^{\text{cat}} > 2RT$ 의 두-상 측에 놓이므로 그 폭은 §1.6 이중지위의 두-상 측 — 평형 예측이 아니라 broadening이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다(§1.7.1; 최종 지위 판정은 피팅된  $\Omega_j^{\text{cat}}$  — §1.11.5 two-phase calibration).

T1의 온도 신호. T1의 위치는 §1.11.6의 전자항이  $\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}$ 를 통해  $U_1(T)$ 의 온도 이동에 기여하므로(식 (1.75)), 다온도  $dQ/dV$ 에서 T1 봉우리의 온도 이동률  $\partial U_1/\partial T$ 가  $T$ 에 선형으로 커지는 것이 전자항의 관측 신호이며( $\Delta S_{e,1} \propto T$  — 위치 이동은  $\propto T^2$ , 식 (1.91)·§1.11.6.2), 도핑은 §1.11.5 대로 봉우리를 smear-shift 시킨다( $\Omega$ 는 gap-smear 슬롯,  $U_j^{\text{cat}}$  이동은 별도 슬롯).

### 1.11.8 LCO $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 분해 — config + vib + electronic

흑연에서 합산식 (1.72) 의  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  는 평형 중심  $U_j(T)$  를 통해 한 덩이로 작용했으나, LCO 양극에서는 이 한 덩이가 세 물리 성분 (config=배치·vib=격자진동·electronic=전자)의 합임을 명시한다 — 식·코드 경로는 그대로이고  $\Delta S$  의 내부 분해만 더하며, 그 근거부터 식으로 놓는다. **(a) 출발 — 분배함수의 인수분해.** 전이  $j$  창 의 한 미시상태는 (리튬 자리 배열)×(포논 들뜸)×(전자 준위 점유) 세 자유도의 곱집합이고, 세 자유도가 독립인 극한에서 분배함수가 인수분해된다:

$$Z_j = Z_j^{\text{config}} Z_j^{\text{vib}} Z_j^{\text{elec}} \times e^{-F_j^\times/RT}, \quad F_j^\times \approx 0 \text{ (선도 차수 — MIT 부근 결합 잔차는 무시)}, \quad (1.98)$$

( $F_j^\times$  는 자유도 간 결합의 잔차 자유에너지 — 근거는 아래 ★가법성 정당화(가)). **(b) 연산 — 로그 가법성에서 부분물 가법성으로.**  $F_j = -RT \ln Z_j$  에 식 (1.98) 를 넣으면 로그가 합으로 갈라지고,  $S = -\partial F/\partial T$  가 선형이라 엔트로피도 갈라진다. 삽입 조성  $x$  로 미분한 부분물도 같은 세 갈래다:

$$S_j = S_j^{\text{config}} + S_j^{\text{vib}} + S_j^e (+ S_j^\times \approx 0) \implies \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^{\text{vib}}}{\partial x} + \frac{\partial S_j^e}{\partial x}. \quad (1.99)$$

**(c) 중간식 — 슬롯 정의(이중계산 금지의 식화).** 셋째 항은 몰당 게이트 골 (식 (1.89)·(1.93))로 이미 닫혔고, 첫째 항은 두 몫으로 갈라진다 — 질서화(charge-order 초격자) 등 봉우리 중심의 표준 config 몫과, 격자기체 혼합의 내부 분포 몫이다:

$$\frac{\partial S_j^{\text{config}}}{\partial x} = \underbrace{\Delta S_j^{0,\text{config}}}_{\text{중심 표준값(질서화 등)}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}}_{\substack{\text{혼합 분포항(삽입 기준; 자리당 } n_j=1) \\ \text{— } w_j=n_j RT/F \text{ 서식의 일반형은 } n_j R \ln[\cdot]}} , \quad \left[ R \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right]_{\xi_j=\frac{1}{2}} = 0. \quad (1.100)$$

이로부터 세 슬롯의 기입 규칙이 식으로 못박힌다:

$$\begin{aligned} \Delta S_j^{\text{config}} &\leftarrow \Delta S_j^{0,\text{config}} \text{ 만 (혼합 분포항은 } w_j \text{ 가 담음 — 재기입 금지)}, \\ \Delta S_j^{\text{vib}} &\leftarrow \text{창 내 완만 몫의 중심 흡수치}, \\ \Delta S_{e,j}^{\text{mol}} &\leftarrow N_A \frac{\partial S_e}{\partial x} \text{ (게이트 골, 창 밖 } \approx 0). \end{aligned} \quad (1.101)$$

이 규칙 아래 식 (1.99) 의 세 항을 슬롯값으로 적은 것이 분해 박스다:

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{\text{config}}}_{\text{중심 표준값(내부 분포는 } w \text{ 가 담음)}} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{음의 baseline}} + \underbrace{\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{MIT 게이트, 삽입 기준 } < 0, \propto T \text{ (몰당 식 (1.89))}}. \quad (1.102)$$

세 몫의 역할과 이중계산 방지는 다음과 같다.

- **config.** O3 영역에서 LCO  $\Delta S$  를 지배 ( $> \frac{1}{2}$  [12], tier A) 하며, 기존 Ch1 logistic 이 식 (1.100) 의 봉우리 내부 항을 자동 생성한다(격자기체 점유 분포, §1.6.3). ★이중계산 금지 — 식 (1.102) 의  $\Delta S_j^{\text{config}}$  자리에는 중심 표준값  $\Delta S_j^0$  만 넣는다(표 3 의 config 값 = 중심 표준값으로 읽음). ★가법성 정당화(T1 MIT, 직교 자유도). (가) 가산성은 config·elec 두 자유도(리튬 자리 점유 배열 vs 전도 전자 밴드 점유)의 근사적 직교에서 온다 — 독립 극한에서  $Z = Z_{\text{config}} \cdot Z_{\text{elec}}$  이므로  $S = S_{\text{config}} + S_{\text{elec}}$  (교차항 0; MIT 부근 리튬 정렬·밴드채움 결합은 선도 차수에서 무시) 이 식 (1.102) 의 config+elec 단순합을 정당화한다. (나) 무이중계산은 직교성이 아니라 위 ★이중계산 금지(config엔 중심값만, elec엔 게이트 골만)가 보장한다 — 전자는 “더해도 되는가”, 후자는 “과대 계상 없는가”를 답한다.

- **vib.** 고- $x$  의 phonon 음의 baseline 으로 Ch1 흑연과 동형이며(흑연 표 2 하위 두 전이의 음의  $\Delta S_{\text{rxn}}$  에 대응), 별도 식 변화가 없다.
- **electronic.** §1.11.6 의 신규 항  $\Delta S_{e,j}(x, T) < 0$ (달헌식 (1.93), 몰당 환산 식 (1.89) 로  $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$  가 이 자리에 들어감; 삽입 기준 —  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  슬롯과 일관, 부호 뒤집기 없음; MIT 창통과 시 게이트 적분 방출  $\approx 1.1 k_B/\text{atom}$  — Reynier 의  $0.18 k_B/\text{atom}$  은 총 부분몰 실측으로 별개 양이다), 흑연엔 0 이고 LCO 는 T1 의 MIT 게이트에서만 켜지며, 셋 중 유일하게  $\propto T$  라 다운도 피팅에서 다른 둘과 분리 식별된다.

이 세 몫의 합이 식 (1.75) 의  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}/F$  를 통해 LCO  $U_j(T)$  의 온도 이동을 정하고, 그  $U_j(T)$  가 흑연과 같은 합산식 (1.72) 으로  $dQ/dV$  에 들어간다. 본 문건이 추적하는 1차 문헌 공백은 셋이다: G1 = 연속  $\Delta S(x)$ , G2 = 연속  $g(E_F, x)$  (§1.11.6.2 — Gn 일련번호의 선언 자리), G3 = 도핑 shift. 세 겹 모두 정밀값이 문헌에 없으므로 표 3·식 (1.92) 의 초기값을 우리 코인 하프셀 데이터로 round-trip 피팅해 식별한다(허위 정밀 금지 — tier 병기).

★Ch2/P4 코드 구현 예고(두 설계 항목). 본 분해를 forward 코드로 옮기는 다음 단계는 두 가지를 명시해 둔다. (i) 좌표 매핑. 전자항  $\Delta S_{e,j}(x, T)$  는 조성  $x$  의 함수인데 코드는 전압 격자위에서 돌므로,  $x \leftrightarrow \xi_{\text{eq},1}(V)$  매핑으로 좌표를 잇는다(구현식은 §1.11.9 식 (1.108)). (ii) round-trip 가드. 식 (1.102) 의 config 중심 표준값  $\Delta S_j^0$  (Motohashi[10]  $\approx 0.47/1.49 \text{ J}/(\text{mol K})$ , T2/T3)은 아직 round-trip 으로 실증 되지 않은 초기값(신뢰값 아님)이므로, 흑연  $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K})$  의 round-trip 절차와 동격으로 T1 위치  $U_1(298) \approx 3.90 \text{ V}$  와  $\partial U_1/\partial T$  의 부호·기울기(다운도 이동률)를 self-test 로 맞추어 검증한 뒤 신뢰값으로 승격한다.

### 1.11.9 forward 코드의 LCO 일반화 — 파라미터 교체 + 전자항 plug-in

이 통합의 실용적 결론 — “같은 코드가 LCO 를 그린다” — 의 근거는 MSMR 동형이다: MSMR 모델 [14]이 양극 조성을 전위의 전이별 logistic 합으로 적기 때문이다. (a) 출발 — MSMR 종별 점유식.

$$x_j = \frac{X_j}{1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j]}, \quad (1.103)$$

여기서  $X_j$  는 종(전이)  $j$  의 용량분율,  $U_j^0$  는 종 중심 전위다. 원계열 MSMR 의 지수 인자  $f = F/RT$  (항상 양)·무차원 폭  $\omega_j$  를 본 문건은  $F/RT$  를 폭에 흡수( $\omega_j \mapsto \omega_j RT/F$ , 전압 차원)해 방향 부호  $f = \pm 1$  만 지수에 남기도록 재모수화하며, 이는 폭 슬롯 대응이 흑연 식 (1.49) 의  $w_j = n_j RT/F$  ( $n_j \leftrightarrow$  무차원  $\omega_j$ )와 동형임을 드러낸다(정식 대응은 아래 식 (1.106)). (b) 연산 — 정규화. 식 (1.103) 을 종 용량으로 나누면 종별 점유율(리튬화 분율)과 그 여집합(탈리튬화 진행률)이 나온다:

$$\theta_j^{\text{MSMR}} \equiv \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{+f(U - U_j^0)/\omega_j}}, \quad \xi_j^{\text{MSMR}} \equiv 1 - \frac{x_j}{X_j} = \frac{1}{1 + e^{-f(U - U_j^0)/\omega_j}}, \quad (1.104)$$

이고 총 조성은  $\sum_j X_j \theta_j^{\text{MSMR}}$  (리튬 함량), 추출 전하는 그 여집합의 가중합  $\sum_j Q_j \xi_j$  — 용량 가중  $X_j \leftrightarrow Q_j$  로 읽으면 §1.11.7 의 전하 보존식 (1.94) 과 같은 구조(용량-가중 logistic 합)다. (c) 중간식 — 여집합 항등식과 방향 인자 대응. Ch1 logistic 서식은 여집합에 대해 닫혀 있다 — 같은 중심·폭에서

$$1 - \xi_{\text{eq},j}^{(\sigma_d)}(V) = \frac{1}{1 + e^{+\sigma_d(V - U_j^d)/w_j}} = \xi_{\text{eq},j}^{(-\sigma_d)}(V), \quad (1.105)$$

곧 점유와 진행률은 방향 인자 부호 하나로 오가며 종  $\xi(1 - \xi)$  는 이 교환에 불변이다 (§1.11.7(b)). 이제 같은 물리량끼리 맞댄다 — MSMR 점유율  $\theta_j^{\text{MSMR}} = x_j/X_j$  (리튬화 분율)는 Ch1 의 점유  $\theta_{\text{eq},j} = 1 - \xi_{\text{eq},j}$  와, 그 여집합  $\xi_j^{\text{MSMR}}$  (탈리튬화 진행률)는 Ch1 의 진행률  $\xi_{\text{eq},j}$  (식 (1.53))와 같은 종류의 양이



다. 진행률끼리 지수를 맞대면 ( $-f \leftrightarrow -\sigma_d$ ), 점유끼리 맞대도 ( $+f \leftrightarrow +\sigma_d$ ) 동일하게, 슬롯별로

$$U \leftrightarrow V, \quad U_j^0 \leftrightarrow U_j^d, \quad \omega_j \leftrightarrow w_j, \quad X_j \leftrightarrow Q_j, \quad f = +\sigma_d \quad (1.106)$$

가 1:1 로 읽힌다 — 방향 인자 대응  $f = +\sigma_d$  는 두 지수가 모든  $U$  에서 일치할 것을 요구하는 항등식의, 이 pairing 하에서의 유일해다. 원계열의  $f = F/RT > 0$  는 이 규약에서 탈리튬화 진행 ( $\sigma_d = +1$  슬롯)에 대응하며, MSMR 평형 등온선 자체는 방향이 없는 양이라  $\sigma_d$  는 훑는 방향의 해석만 정한다. ★같은 logistic 이라는 것은 함수형 동형이지 물리량 동일이 아니다 —  $x_j/X_j$  는 리튬 함량 몫(점유)이고  $\xi$  는 탈리튬화 진행률이라, 둘을 직접 등치하면 부호가 뒤집힌  $f = -\sigma_d$  가 나온다(식 (1.105)의 여집합 뒤바꿈 — 종  $\xi(1-\xi)$  는 이 교환에 불변이라 관측 peak 은 어느 쪽으로든 같으나, 방향 서술은 그렇지 않다). 이로써 탈리튬화/리튬화 진행 방향이 두 모델에서 일관되게 맞춰진다( $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$  대응은 방향분해 파라미터화로 읽으며, 순정 MSMR 평형 등온선은  $\gamma_j=0$  의  $U_j$  대응이 기본형이다). (d) 박스 — **MSMR → 평형 peak 변환 폐쇄**. 사전 (1.106) 아래에서 MSMR 종별 미분용량과 Ch1 평형 peak 은 같은 식이다:

$$\boxed{Q_j \left| \frac{d(x_j/X_j)}{dU} \right| = Q_j \frac{\theta_j^{\text{MSMR}}(1 - \theta_j^{\text{MSMR}})}{\omega_j} \equiv Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \quad (\text{식 (1.97)의 피가수}), \quad (1.107)}$$

( $|f| = 1$ ;  $\theta(1-\theta) = \xi(1-\xi)$  — 여집합 불변). 따라서 Ch1의 곡선 클래스 (func\_ksi\_eq·func\_u\_j·함산 (1.72))는 구조 변경  $\theta$ 으로 LCO에 적용되며, 바뀌는 것은 단 둘이다:

- (i) 전이 파라미터 교체 — GRAPHITE\_STAGING\_LIT → LCO\_MSMR\_LIT(표 3): ( $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$ ) 값을 양극 영역으로. 코드의 전이 dict 키 구조는 동일하다.
- (ii) 전자 엔트로피 항 **plug-in** — T1 전이의  $\Delta S_{\text{rxn}}$  평가에 몰당 전자항을 더하는 한 줄이며, 그 forward 사슬은 조성 좌표에서  $dQ/dV$  까지 아래와 같이 닫힌다. (a) 출발 — **좌표 매핑의 닫힌 꼴**. 게이트(식 (1.92))는 조성  $x$ 의 함수인데 코드는 전압 격자 위에서 돌므로, T1 창의  $x$  범위 (표 3:  $x_{\text{hi},1} \approx 0.94, x_{\text{lo},1} \approx 0.75$ )를 T1 진행률로 선형 보간해 잇는다:

$$x(\xi_{\text{eq},1}(V)) = x_{\text{hi},1} - (x_{\text{hi},1} - x_{\text{lo},1}) \xi_{\text{eq},1}(V) \quad (1.108)$$

( $\xi_{\text{eq},1}$  은 탈리튬화-형 진행률(방향 규약은 §1.11.2) —  $\xi=0 \leftrightarrow x_{\text{hi},1}, \xi=1 \leftrightarrow x_{\text{lo},1}, x_{\text{MIT}} \approx 0.85$  가 창 내부; 표 두 끝점만 쓰는 단순 선형보간(tier C)이며 함수형 확정은 round-trip 피팅 몫). (b) 연산 — **게이트 대입**. 식 (1.108)를 게이트 인자에 넣고 몰당 나눗셈 형 (식 (1.93)·(1.90)·(1.89))으로 적으면 전압 격자 위의 전자항이 닫힌다:

$$\Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T) = -\frac{\pi^2}{3} R \frac{k_B T}{e_V} \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(z_e(V)) [1 - \sigma(z_e(V))], \quad z_e(V) = \frac{x(\xi_{\text{eq},1}(V)) - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}}. \quad (1.109)$$

(c) 중간식 — **슬롯 합과 온도 적분**. 이를 분해식 (1.102)의 셋째 슬롯에 넣고 (★단위 주의 — forward 슬롯  $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 J/(mol K)라, 자리당 식 (1.88)가 아니라  $N_A$ 를 곱한 몰당 식 (1.89)를 넣어야 한다;  $N_A$ 배 누락 시 전자항이  $\sim 10^{23}$ 배 과소), 온도 계수 관계 (1.75)를 기준온도에서 적분하면 T1 중심의 온도 이동이 닫힌다:

$$\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T) = \Delta S_1^{\text{config}} + \Delta S_1^{\text{vib}} + \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T), \quad U_1(V, T) = U_1(T_{\text{ref}}) + \frac{1}{F} \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(V, T') dT'. \quad (1.110)$$

전자항이  $\propto T'$ 라 이 적분의 닫힌형이 식 (1.91)의  $T^2$  곡률이고, 현행 구현은  $\Delta S_e$ 를  $T_{\text{ref}}$ 에서 동결한 상수 오프셋(단일-기준 근사 — 조성도  $x=x_{\text{center}}$ 로 동결해  $V$ -무관 상수)으로 넣

으므로  $U_1(T) \approx U_1(T_{\text{ref}}) + [\Delta S_{\text{rxn},1}^{\text{cat}}(x_{\text{center}}, T_{\text{ref}})/F](T - T_{\text{ref}})$  의 선형  $U(T)$  가 된다(동결 근사의 결과 — 다운도  $T^2$  곡률은 round-trip 피팅 단계 과제). 평가 순서 주의 — 식 (1.108) 이  $\xi_{\text{eq},1}$  을,  $\xi_{\text{eq},1}$  이  $U_1$  을 참조하는 고정점 구조이나, 동결 구현은 순환이 없고, 정밀형도 전자 항 제외 중심으로  $\xi_{\text{eq},1}^{(0)}$  을 먼저 평가해 1회 갱신하는 것을 초기 근사로 채택한다(되먹임 이동  $|\Delta S_e^{\text{mol}}|/F \times |T - T_{\text{ref}}| \approx 0.47 \text{ mV/K} \times 30 \text{ K} \approx 14 \text{ mV} \lesssim w_1$  — 폭 이하 스케일이라 보정이 작다는 상한이며, 수렴 여부 자체는 round-trip 피팅 단계에서 수치 확인한다). (d) 박스 — **plug-in forward** 사슬.

$$\begin{aligned}
 x(\xi_{\text{eq},1}(V)) &\xrightarrow{(1.109)} \Delta S_{e,1}^{\text{mol}}(V, T) \xrightarrow{(1.110)} U_1(T) \xrightarrow{(1.82)} U_1^{d,\text{cat}} \\
 &\xrightarrow{(1.53)} \xi_{\text{eq},1} \xrightarrow{(1.97)} \left(\frac{dQ}{dV}\right)_1 = Q_1 \frac{\xi_{\text{eq},1}(1 - \xi_{\text{eq},1})}{w_1}
 \end{aligned} \tag{1.111}$$

$g(E_F, x)$  는 식 (1.92) 의 게이트로, 초기값 3개( $g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$ ) 를 피팅 인자로 노출.

$\partial U_j / \partial T \leftarrow \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$  의 경로(식 (1.75))는 흑연과 동일 — 곧 “파라미터 +1 항” 외에 구조 변경이 없다는 것이 “흑연 forward 교과서가 LCO 양극까지 한 틀로 닫힌다”의 코드 측 증거이자, 본 챕터가 두 전극을 한 프레임으로 통합한 까닭이다.

## 1.12 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 Optuna 로 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 기호가 생성자 인자 또는 전이 dict 키이며, 내부 하드코딩 상수는 없다(전부 기본값+override). 표 4 가 전 조정 인자와 기본값이다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

표의 모든 행이 코드 입력이라 “고정·피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대  $\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}} \cdot Q \cdot w$  를 풀고  $\Omega \cdot \Delta H_a \cdot dVdq_{\text{qa}}$  는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 반응 열역학( $\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$ )·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

**핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계).** (1) 표 2의 4 전이로 transitions 구성. (2) 실험조건  $\sigma_d, |I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$  설정 → 분극  $V_n$  ((1.1)(1.32)), 작업 격자  $V_{\text{work}}$  ((1.33)). (3) 전이마다  $U_j(T)$  ((1.39)) → 분기 중심 center ((1.48)) → 폭  $w_j$  ((1.49)) → 평형 진행률  $\xi_{\text{eq}}$  ((1.53)). (4) 지연 길이:  $\mathcal{A}$  ((1.60)) →  $\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}$  ((1.61)(1.62)) →  $L_q$  ((1.64)) →  $L_V$  ((1.65)), 전이당 상수. (5) *peak\_shape*:  $L_V < 2\Delta_{\text{grid}}$  면 평형 중 ((1.55)), 아니면 인과 꼬리 ((1.69), 충전 격자 역전 (1.71)). (6) 용량 가중 합산 후  $V_n$  으로 역보간 ((1.72)). 색인은 표 5.

### 1.12.1 facade 와 전체 진행 한눈에

상위 curve 가 실험조건을 받아  $\sigma_d = \text{direction\_to\_sigma}, |I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$  (또는  $I_{\text{abs}}$  우선)로 환산해 dqdv 를 재사용한다(새 물리 없음). LCO 서브클래스는 전극 인지 플래그(`_delith_is_discharge=False`)로 셀 라벨을 탈리튬화 부호로 자동 환산한다 — ‘charge’ →  $\sigma_d = +1$  (식 (1.73)); 저수준 dqdv( $s = \dots$ )는 물리 부호를 직접 받는다. 기준선 equilibrium 은  $|I| \rightarrow 0$  한계로 식 (1.55) 만 합산한 충방전 불변·히스미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 5 가 노드·식·코드 식별자로 닫는다.

Table 4: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다( $z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use\_dH\_eff}$ ).

| 인자(코드)                                                                              | 자리      | 기본값               | 곡선 내 역할(식)                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------|
| — 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —                                                           |         |                   |                                          |
| U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)                                                               | 전이      | —                 | 평형 중심 $U_j(T)$ ((1.39))                  |
| w 또는 n                                                                              | 전이      | — / 1             | 폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.49))              |
| Q                                                                                   | 전이      | —                 | 용량 가중(면적)                                |
| Omega, gamma                                                                        | 전이      | 0, 0              | 상호작용·분기(히스, (1.45)(1.47))                |
| h_eta                                                                               | 전이      | 1.0               | 부분 cycle 분기 인자                           |
| dH_a, dS_a                                                                          | 전이      | — / 0             | 활성화(꼬리, (1.64))                          |
| dVdq_qa                                                                             | 전이      | 0                 | 컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.65)) |
| L_V                                                                                 | 전이      | —                 | 직접 지연 길이(동역학 우회)                         |
| z_cut, A_cap_RT                                                                     | 전이/공통   | 4.357, 4.0        | 컷 affinity ((1.60))                      |
| use_dH_eff                                                                          | 전이/공통   | True              | 유효 장벽 토글((1.62))                         |
| — 생성자 인자(모델 공통) —                                                                   |         |                   |                                          |
| x/chi, chi_split                                                                    | 공통      | 0.5, func_chi_d   | 전달 계수 $\chi_d$ ((1.61))                  |
| Rn                                                                                  | 공통      | 0.0               | 분극 저항 ((1.32))                           |
| Cbg                                                                                 | 공통      | 0.0               | 배경 $C_{\text{bg}}$ (상수 또는 $V$ 함수)        |
| grid_pad_lo/hi, n_work_min                                                          | 공통      | 0.15, 2048        | 작업 격자 ((1.33))                           |
| min_lag_grid_steps                                                                  | 공통      | 2.0               | 꼬리/평형 전환 문턱 ((1.70))                     |
| v_span_floor                                                                        | 공통      | $10^{-6}$         | 격자 폭 하한(수치 안전)                           |
| seed_T/I/Q_cell                                                                     | 공통      | 298.15, 0.1, 1.0  | 진단용 seed $L_V$ 대표 조건                     |
| — 호출 인자(curve/dqdv) —                                                               |         |                   |                                          |
| V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction                                           | 호출      | —                 | 실험조건 ((1.1))                             |
| — LCO 추가 인자(전이 <i>dict</i> 키·서브클래스, §1.11.9; 게이트 3키+x_center 는 electronic 결 때 필수) — |         |                   |                                          |
| electronic, x_center                                                                | 전이 dict | False, —          | 전자항 plug-in 스위치·동결 조성                    |
| g_max_eV, x_MIT, dx_MIT                                                             | 전이 dict | 문헌 13/0.85/0.05   | MIT 게이트 초기값 ((1.92))                     |
| _delith_is_discharge                                                                | 클래스     | 흑연 True/LCO False | 셀 라벨→탈리튬화 부호 환산 ((1.73))                 |

### 1.13 부호 사슬 전수 점산

본 문건의 부호 체크리스트(아래 S1–S8·R1–R5)를 전건 확인한다 — 한 곳이라도 어긋나면 결함이다. 범위는 흑연 사슬이며, LCO 부호는 §1.11.4 verifybox·§1.11.2 이 점산한다. 기준 명제 = 방전 시  $V \uparrow \Rightarrow$  탈리튬화 $\uparrow$ , 충전  $dQ/dV$  는 방전의 거울(양수).

- S1.  $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$ ,  $\Delta G = -FU$ . 식 (1.39)·(1.37).  $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$  (발열)이면  $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$  이 중심을 올린다(흡열 아님).  $\Delta G_j = -sFU_j$  부호 일치. ✓
- S2.  $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ . 식 (1.53). 방전  $\sigma_d = +1$  에서  $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ . ✓
- S3.  $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$ , **peak** 양수. 식 (1.55). peak 모양 =  $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$ , 방향 불변. ✓
- S4.  $\Delta U_{\text{hys}} \geq 0$ ,  $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$ ; **분기 중심**  $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$ . 식 (1.45)·(1.47). 극대 > 극소라  $\geq 0$ ;  $u_j \rightarrow 0$  에서 0; 방전 +/충전 - 라  $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$ . ✓
- S5.  $\chi_d$ : 방전  $\chi$ /충전  $1 - \chi$ ;  $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$ . 식 (1.61)·(1.62). 합-1 거울 대칭. ✓
- S6.  $\partial \ln L_q / \partial V < 0$  (물리적 동기). 식 (1.64)·(1.65) 논의.  $\mathcal{A}$  가 컷 상수라 운영상 실현 미분은  $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라)이고, 부등식  $< 0$  은 컷 규칙의 동기만으로 성립한다 — 국소 구동력으로 두면  $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$  유효 장벽  $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐). 자기모순 없음(동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관). ✓

Table 5: 노드 ↔ 식 ↔ 코드 식별자 매핑 (전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서.

| 노드                                                         | 물리식                                                                                              | 본 문건 식        | 코드 식별자                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| N0                                                         | $\sigma_d,  I  = c\_rate Q_{cell}$                                                               | (1.1)         | curve\_direction\_to\_sigma   |
| N1                                                         | $V_n = V_{app} - \sigma_d  I  R_n$                                                               | (1.32)        | dqdv(분극 환산부)                  |
| N2                                                         | $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$                                                             | (1.39)        | func_U_j                      |
| N3                                                         | $\Delta U_j^{hys}, U_j^d$                                                                        | (1.45),(1.47) | func_dU_hys, func_U_branch    |
| N4                                                         | $w_j = n_j RT/F$ (이중지위)                                                                          | (1.49)        | func_w\_width                 |
| N5                                                         | $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$                                                | (1.53)        | func_ksi_eq                   |
| N6                                                         | $Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$                                                                   | (1.55)        | equilibrium, 인라인              |
| (N6 보강: 두-상 broadening 현상학적 $w_j$ 역산 금지 = §1.7.1, 모델 항 0)  |                                                                                                  |               |                               |
| N7                                                         | $\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}, L_q, L_V$                                         | (1.60)–(1.65) | _resolve_lag_length, func_L_q |
| N8                                                         | $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ , 역전                                                                | (1.69),(1.71) | _causal_lowpass               |
| N9                                                         | $C_{bg} + \sum_j Q_j[\cdot]$                                                                     | (1.72)        | dqdv_work, np.interp          |
| — LCO 양극 추가(같은 골격, 파라미터 +1항) —                             |                                                                                                  |               |                               |
| N0'                                                        | LCO_MSMR_LIT(3 전이)                                                                               | 표 3           | LCOcathodeDQDV·전이 dict        |
| (N0' 보강: _delith_is_discharge 셀 라벨 → 탈리튬화 부호 환산 = §1.12.1) |                                                                                                  |               |                               |
| N2'                                                        | $\partial U_j / \partial T = \Delta S^{\text{cat}} / F$                                          | (1.75)        | func_U_j(동일)                  |
| N5+                                                        | $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \partial g / \partial x < 0$ (삽입, 몰당) | (1.89),(1.92) | func_dSe_molar                |
| N9'                                                        | $\Delta S^{\text{cat}} = \text{config} + \text{vib} + \text{elec}$ (MSMR (1.103))                | (1.102)       | _effective_dS_rxn             |

**S7. 꼬리: 충전 격자 역전** ( $\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$ ); 충전  $dQ/dV$  방전 거울(양수). 식 (1.71). 인과 방향 보존,  $\text{peak\_shape} = (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V > 0$ . ✓

**S8. 분극**  $V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n$ . 식 (1.32). 방전 시 측정 > 내부 보정. ✓

전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

**검산. 부호 회귀 self-test** (재현 가능 수치 고정). 위 정성 검산을 falsifiable 수치에 못박아 회귀를 막는다 — 아래 다섯 항목 중 R1–R3 은 코드 \_\_main\_\_ self-test 와 같은 양의 수치 재산출, R4 는 컷 규칙 정의 검사, R5 는 극한 논증이다 ( $T = 298.15 \text{ K}$ ). 한 줄이라도 어긋나면 부호 사슬이 깨진 것이다.

**R1. 히스 분기 방향.**  $\Omega = 12000 \text{ J/mol}$ ,  $\gamma = 1$  에서 식 (1.45) 는  $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F} [\Omega u - 2RT \text{artanh } u] = 86.7 \text{ mV}$  ( $u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$ ). 분기 중심 식 (1.47) 가 방전  $+\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ /충전  $-\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$  라,  $\text{peak}$  갈림  $V_{\text{dis}} - V_{\text{chg}} = +\gamma \Delta U^{\text{hys}} = +86.7 \text{ mV} > 0$  (방전  $\text{peak}$  가 높은 전위 — 기준 명제 일치).

**R2. 히스 문턱.**  $\Omega = 2RT = 4958 \text{ J/mol}$  에서  $u = 0$ , 식 (1.45)  $\Rightarrow \Delta U^{\text{hys}} = 0.0 \text{ mV}$  —  $\Omega \leq 2RT$  분기가 정확히 0 으로 연속(상분리 미만 = 갈림 없음).

**R3.  $|I| \rightarrow 0$  환원·방향 불변.**  $\gamma = 0$ ,  $|I| = 10^{-6}$  에서 식 (1.65) 의  $L_V \propto |I| \rightarrow 0$  이라 식 (1.70) 가 평형 종으로 떨어지고, 식 (1.55) 의  $\text{peak} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$  는  $\sigma_d$  불변 — 방전·충전 곡선 차  $\rightarrow 0$  (부호 S3 의 양수·방향 불변 수치 확인).

**R4.  $L_q$  동결 vs 부등식.**  $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$  가 전이당 상수라  $\partial \ln L_q / \partial V = 0$  (실현 미분) 이고, 부등식  $\partial \ln L_q / \partial V < 0$  은 컷 규칙 동기로만 성립한다(S6 의 정정과 일관) — 두 진술이 한 단조성을 공유하므로 자기모순 0.

**R5. 꼬리 극한의 방향(구판 감사 결합 코드 *D-PEAK* — 꼬리식의 잘못된 평형 환원 — 의 회귀 여부).** 한 칸 감소  $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$  의 두 극한이 반대다 —  $L_V \gg \Delta_{\text{grid}} \Rightarrow \rho \rightarrow 1$  이라 식 (1.69) 의  $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$  가 매끈한 미분  $d\xi/dV$ (지연 진행률 = 평형 종 + 꼬리; 평형 종  $d\xi_{\text{eq}}/dV$  만은  $L_V \ll w$  별도)로 수렴하고,  $L_V \rightarrow 0 \Rightarrow \rho \rightarrow 0$  이라  $\xi_{\text{lag}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$  (같은 칸)라 분자·분모가 함께 0 인 0/0 — 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 작은  $L_V$  의 평형 회복은 식의 극한이 아니라 식 (1.70) 의 분기 스위치( $L_V < \nu\Delta_{\text{grid}}$  면 식 (1.55) 직접)가 낸다 — “ $L_V$  작으면 식이 종으로 환원”이라는 서술은 거짓(반증 가능 회귀: 두 극한의  $\rho$  부호를 뒤집으면 깨짐).

다섯 회귀 항이 모두 통과한다 — 부호 사슬 *self-test PASS*.

## References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of  $\text{Li}_x\text{C}_6$ ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [8] J. N. Reimers and J. R. Dahn, “Electrochemical and in situ X-ray diffraction studies of lithium intercalation in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091–2097 (1992). DOI: 10.1149/1.2221184.
- [9] M. Ménétrier, I. Saadoune, S. Levasseur, and C. Delmas, “The insulator–metal transition upon lithium deintercalation from  $\text{LiCoO}_2$ : electronic properties and  $^7\text{Li}$  NMR study,” *J. Mater. Chem.* **9**, 1135–1140 (1999). DOI: 10.1039/a900016j.
- [10] T. Motohashi, T. Ono, Y. Sugimoto, Y. Masubuchi, S. Kikkawa, R. Kanno, M. Karppinen, and H. Yamauchi, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide system  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  ( $0 \leq x \leq 1$ ),” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165114; arXiv:0909.3556.
- [11] H. Xia, L. Lu, Y. S. Meng, and G. Ceder, “Phase transitions and high-voltage electrochemical behavior of  $\text{LiCoO}_2$  thin films grown by pulsed laser deposition,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(4), A337–A342 (2007). DOI: 10.1149/1.2509021.



- [12] Y. Reynier, J. Graetz, T. Swan-Wood, P. Rez, R. Yazami, and B. Fultz, “Entropy of Li intercalation in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *Phys. Rev. B* **70**, 174304 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevB.70.174304. [동 그룹: *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004).]
- [13] A. Świdarska-Mocek, E. Rudnicka, and A. Lewandowski, “Temperature coefficients of Li-ion battery single electrode potentials and related entropy changes—revisited,” *Phys. Chem. Chem. Phys.* **21**, 2115 (2019). DOI: 10.1039/c8cp06638h. [ $\text{LiCoO}_2$  단전극  $\partial\phi/\partial T \approx +0.83$  mV/K, tier B.]
- [14] A. Paul, K. Wolfe, M. W. Verbrugge, B. J. Koch, J. S. Lowe, J. Trembly, J. A. Staser, and T. R. Garrick, “Quantifying the temperature dependence of the multi-species, multi-reaction (MSMR) model. Part I: Parameterization for a meso-carbon micro-bead graphite,” *ECS Advances* **3**, 042501 (2024). DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c. [Part II: *J. Electrochem. Soc.*, DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.]
- [15] G. H. Teichert, S. Das, M. Faghieh Shojaei, J. Holber, T. Mueller, L. Hung, V. Gavini, and K. Garikipati, “Bridging scales with machine learning: from first-principles statistical mechanics to continuum phase-field computations to study order–disorder transitions in  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ ,” *J. Mech. Phys. Solids* **190**, 105727 (2024). DOI: 10.1016/j.jmps.2024.105727; arXiv:2302.08991.
- [16] M. D. Levi and D. Aurbach, “The mechanism of lithium intercalation in graphite film electrodes in aprotic media. Part 1. High resolution slow scan rate cyclic voltammetric studies and modeling,” *Electrochim. Acta* **45**, 167 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00202-9. [내재 평형 폭-Frumkin 등은선.]
- [17] H. Onuma, K. Kubota, S. Muratsubaki, W. Ota, M. Shishkin, H. Sato, K. Yamashita, S. Yasuno, and S. Komaba, “Phase evolution of electrochemically potassium intercalated graphite,” *J. Mater. Chem. A* **9**, 11187–11200 (2021). DOI: 10.1039/D0TA12607A. [저자·제목·권쪽은 Crossref 로 확정. 흑연 staging 전이별 1차/연속 구분(dilute-4L–3L = solid-solution plateau 없음, 나머지 = two-phase plateau)은 이 문헌이 비교로 정리한 흑연 삽입 상전이 순서에서 읽음 — K-graphite 가 주제이나 Li-graphite staging 순서를 대조 제시(tier B, 비교 인용).]
- [18] A. Fly and R. Chen, “Rate dependency of incremental capacity analysis ( $dQ/dV$ ) as a diagnostic tool for lithium-ion batteries,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329. [C-rate↑ 일수록 peak 고전위 이동·둔화 — 동역학 비대칭 꼬리. 저자·제목·DOI 연도는 Crossref 로 확정(저자 2인 A. Fly, R. Chen — 권 **29**, 아티클 101329).]
- [19] J. R. Dahn, T. Zheng, Y. Liu, and J. S. Xue, “Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials,” *Science* **270**(5236), 590–593 (1995). DOI: 10.1126/science.270.5236.590. [탄소 음극의 구조 무질서·흑연화도와 리튬 삽입의 *intra-particle* 용량 한계 통계( $x_{\max} = 1 - P$  site-blocking 무질서 모델). 용량-한계 예시로 인용 — 비-크기 구조 무질서가 실재함은 보이나, inter-particle 의 apparent- $U(\eta)$  분포 형상을 직접 정량하는 1차 근거는 아님(tier C 근거미발견).]
- [20] S. Park *et al.*, “Quasi-equilibrium open-circuit potential and entropy of  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ /graphite cells,” *Materials* **14**, 4683 (2021). DOI: 10.3390/ma14164683. [GITT 준평형 OCP = 입자 무관 staging 전위 상수.]