Cia. de Canetas COMPACTOR


Levantamento Dimensional C.Q.

Data:	10/06/2019
Solicitante:	Tiago Alves
Controlador:	Patrick Paiva

Material Avaliado:	Tampa marc. Destaq	Data da Prod.:	05/06/2019	Cor:	Amarela	Maq.: Romi 44	Molde: 162
Matéria-prima	Polipropileno (puro)			Motivo:	Levantamento programado		
Nº do desenho:	13.05.11	Revisão:	1				


Dados da medição

Cota	ØA	ØB	C	ØD	ØE	F	G	Peso
Mínima	4,89	5,25	8,90	10,85		11,20	37,96	
Nominal	4,94	5,28	8,95	10,90		11,25	38,01	Kg
Máxima	4,99	5,31	9,00	10,95		11,30	38,06	
1	4,97	5,29	9,00	10,92	13,58	11,21	37,02	
2	4,90	5,28	9,03	10,92	13,59	11,21	37,06	
3	4,89	5,28	8,99	10,92	13,59	11,24	37,00	
4	4,95	5,28	9,01	10,92	13,58	11,23	37,00	
5	4,85	5,28	9,00	10,93	13,59	11,24	37,10	
6	4,95	5,29	9,01	10,92	13,60	11,24	37,08	
7	4,96	5,28	9,02	10,93	13,58	11,24	37,20	
8	4,96	5,27	9,01	10,92	13,60	11,24	37,19	
9	4,94	5,28	9,03	10,90	13,56	11,28	37,09	
10	4,91	5,27	8,99	10,91	13,57	11,29	37,12	
11	4,93	5,27	8,98	10,92	13,57	11,19	37,13	
12	4,96	5,28	9,00	10,92	13,52	11,24	37,12	
13	4,91	5,28	9,01	10,90	13,58	11,24	37,12	
14	4,90	5,28	9,01	10,90	13,62	11,23	37,06	
15	4,87	5,29	9,02	10,90	13,56	11,24	37,01	
16	4,88	5,28	9,01	10,90	13,52	11,20	36,99	
Equip. utilizado	PIN 007	PIN 008	PAQ 015	PAQ 015	MIC 014	MIC 014	PAQ 015	

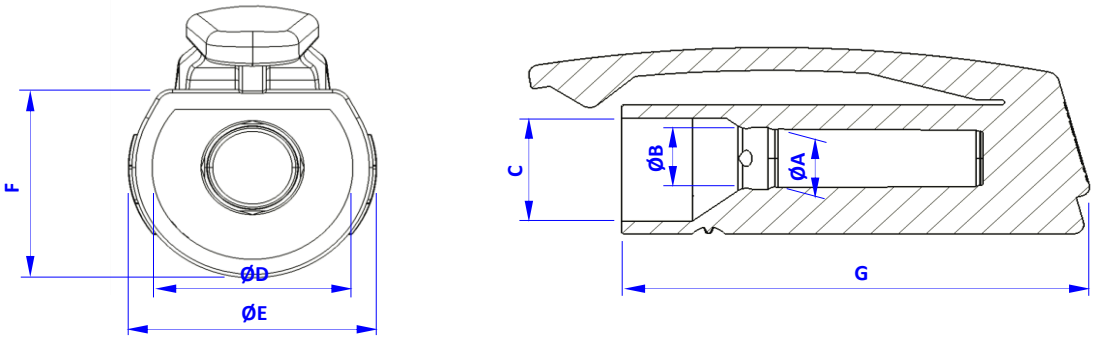


Cota	ØA	ØB	C	ØD	ØE	F	G	Peso
Mínima	4,89	5,25	8,90	10,85		11,20	37,96	
Nominal	4,94	5,28	8,95	10,90		11,25	38,01	Kg
Máxima	4,99	5,31	9,00	10,95		11,30	38,06	
Méd.	4,92	5,28	9,01	10,91	13,58	11,24	37,08	
Mín.	4,85	5,27	8,98	10,90	13,52	11,19	36,99	
Máx.	4,97	5,29	9,03	10,93	13,62	11,29	37,20	
Ampl.	0,12	0,02	0,05	0,03	0,10	0,10	0,21	
Desv. pad.	0,037	0,006	0,014	0,011	0,027	0,026	0,066	
Moda	4,96	5,28	9,01	10,92	13,58	11,24	37,12	

Cota	ØA
Mínima	4,89
Nominal	4,94
Máxima	4,99
Méd.	4,921
Mín.	4,85
Máx.	4,97
Ampl.	0,12
Desv. pad.	0,037
Moda	4,96

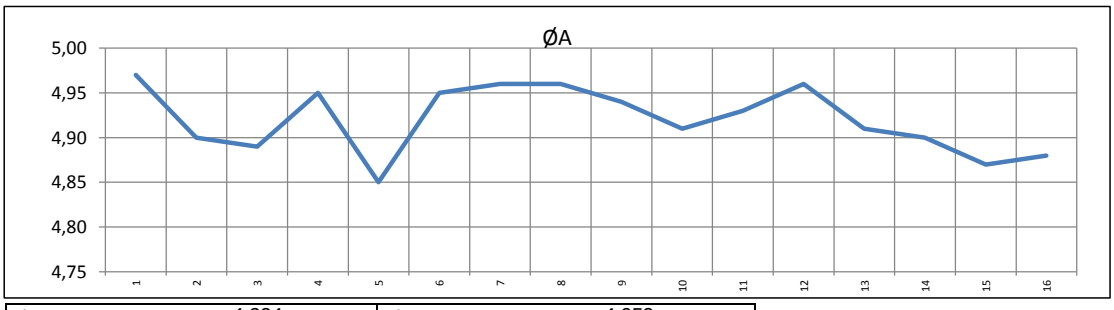


Mínima (desv. pad.):	4,884	Máxima (desv. pad.):	4,958

Cota	ØB
Mínima	5,25
Nominal	5,28
Máxima	5,31
Méd.	5,280
Mín.	5,27
Máx.	5,29
Ampl.	0,02
Desv. pad.	0,006
Moda	5,28

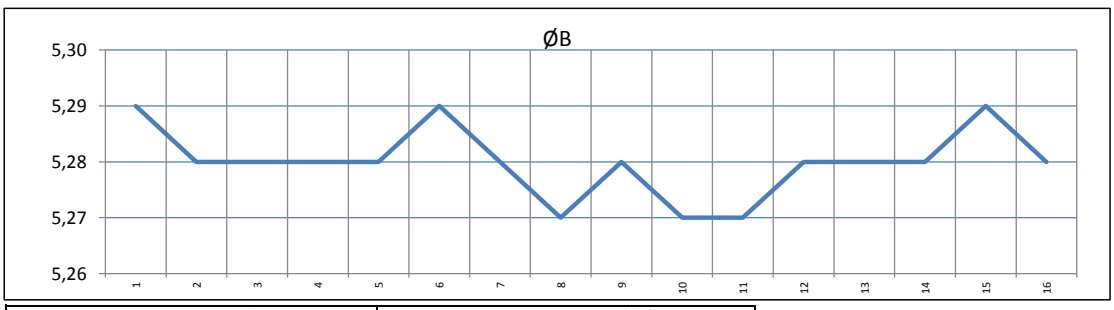


Mínima (desv. pad.):	5,274	Máxima (desv. pad.):	5,286

Cota	C
Mínima	8,90
Nominal	8,95
Máxima	9,00
Méd.	9,008
Mín.	8,98
Máx.	9,03
Ampl.	0,05
Desv. pad.	0,014
Moda	9,01

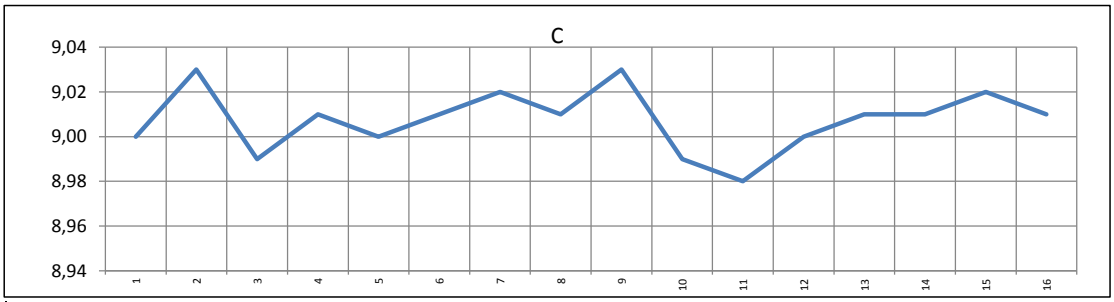


Mínima (desv. pad.):	8,994	Máxima (desv. pad.):	9,021

Cota	ØD
Mínima	10,85
Nominal	10,90
Máxima	10,95
Méd.	10,914
Mín.	10,90
Máx.	10,93
Ampl.	0,03
Desv. pad.	0,011
Moda	10,92

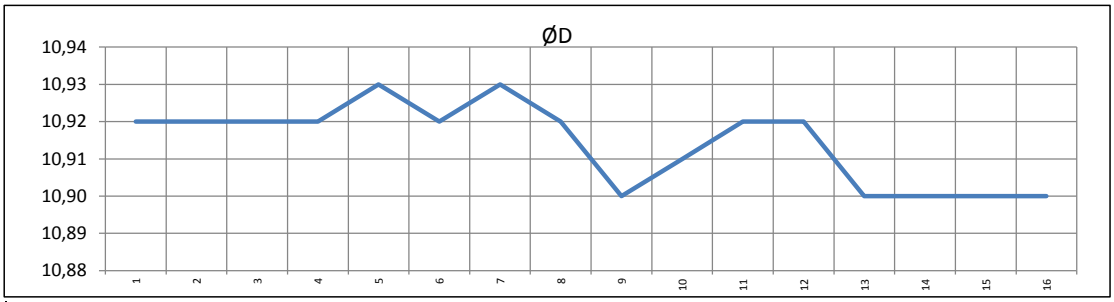


Mínima (desv. pad.):	10,903	Máxima (desv. pad.):	10,925

Cota	ØE
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	13,576
Mín.	13,52
Máx.	13,62
Ampl.	0,10
Desv. pad.	0,027
Moda	13,58

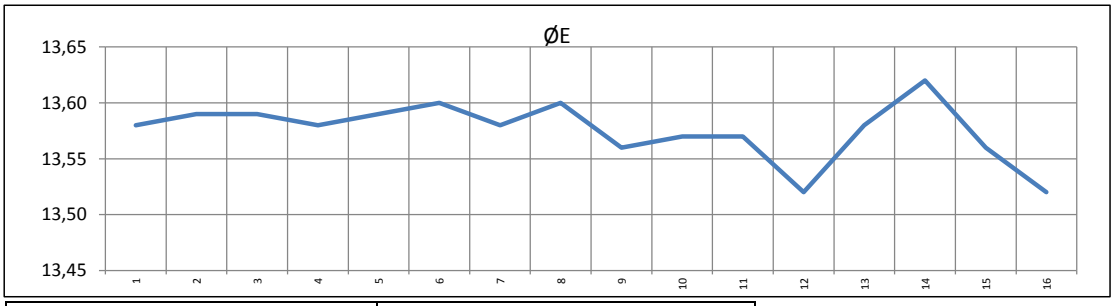


Mínima (desv. pad.):	13,549	Máxima (desv. pad.):	13,602

Cota	F
Mínima	11,20
Nominal	11,25
Máxima	11,30
Méd.	11,235
Mín.	11,19
Máx.	11,29
Ampl.	0,10
Desv. pad.	0,026
Moda	11,24

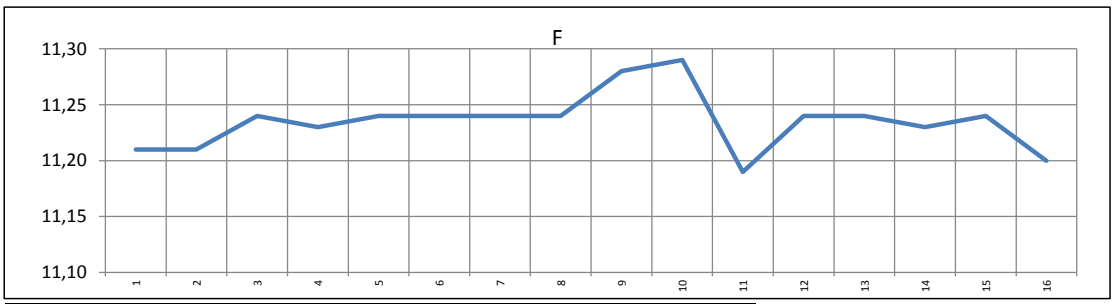

Mínima (desv. pad.):	11,209	Máxima (desv. pad.):	11,261

Cota	G
Mínima	37,96
Nominal	38,01
Máxima	38,06
Méd.	37,081
Mín.	36,99
Máx.	37,20
Ampl.	0,21
Desv. pad.	0,066
Moda	37,12

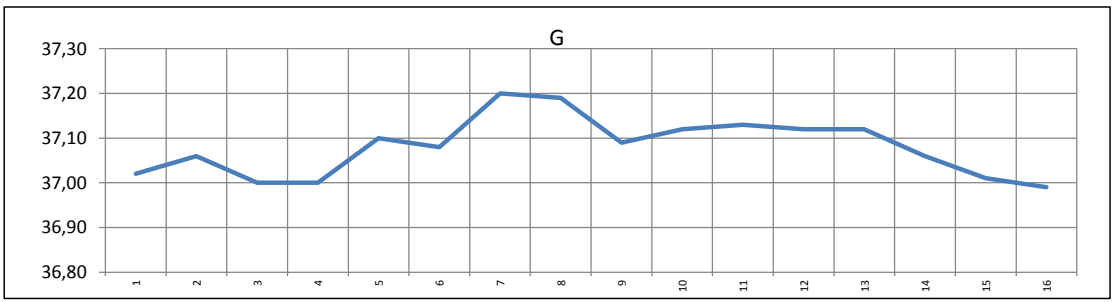

Mínima (desv. pad.):	37,015	Máxima (desv. pad.):	37,146

Parâmetros de injeção

Injeção	
Tempo	2,50 g
Posição	0,00
Pressão	80 bar
Velocidade	50 s
Colchão de massa	8,8 cm³

Recalque		
Pressão	Mín.:	30 bar
	Máx.:	30 bar
Tempo	1,50 s	

Temperatura da máquina						
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Temperatura do molde					
Bicos	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
Manifold	NA	NA			

Ciclo de injeção:	26,20 s

Volume da dosagem	110 cm³
Contra-pressão	1,50 bar

Observações gerais e conclusão

Embora tenhamos encontrado medidas fora da especificação, não há interferência na montagem em máquina e na funcionalidade do produto, portanto, solicitamos a adequação da especificação.

"ØE*": cota não informada na especificação.

***** *Esta dimensão refere-se ao diâmetro externo da tampa, levando em consideração a altura da gravação das setas.*