Cia. de Canetas COMPACTOR


Levantamento Dimensional C.Q.


Data:	12/06/2019
Solicitante:	Tiago Alves
Controlador:	Patrick Paiva

Material Avaliado:	Corpo marc. Destaq	Data da Prod.:	05/06/2019	Cor:	Amarelo	Maq.: Engel 31	Molde: 164
Matéria-prima	Polipropileno (puro)			Motivo:	Lev. programado		
Nº do desenho:	07.06.16	Revisão:	0				

Dados da medição


Cota	ØA Mín	ØA Máx	ØB	C	D	ØE	ØF	G	H	ØI	ØJ Mín.	ØJ Máx	ØK	ØL	M	ØN	Peso
Mínima	5,29	5,29	5,22	14,01	105,50	3,30	4,90	10,95	5,82	12,23			11,95		7,42	12,90	
Nominal	5,29	5,29	5,25	14,06	105,75	3,33	4,95	11,00	5,88	12,28			12,00		7,49	12,95	Kg
Máxima	5,34	5,34	5,28	14,11	106,00	3,36	5,00	11,05	5,93	12,33			12,05		7,56	13,00	
1	5,20	5,20	5,33	14,25	105,80	3,37	3,85	10,94	5,92	12,26	5,28	5,34	11,82	9,92	7,54	12,94	
2	5,21	5,21	5,31	14,21	105,73	3,39	3,84	10,88	5,86	12,27	5,30	5,34	11,86	9,92	7,47	12,97	
3	5,12	5,18	5,27	14,21	105,64	3,37	3,86	10,94	5,99	12,24	5,30	5,32	11,88	9,94	7,57	12,87	
4	5,10	5,20	5,27	14,18	105,73	3,40	3,85	10,94	5,94	12,26	5,30	5,32	11,88	9,90	7,52	12,96	
5																	
6	5,11	5,17	5,29	14,18	105,73	3,38	3,84	10,98	5,82	12,24	5,30	5,32	11,86	9,90	7,50	12,93	
7	5,13	5,19	5,30	14,23	105,74	3,38	3,85	10,95	5,94	12,22	5,31	5,34	11,85	9,97	7,56	12,91	
8	5,11	5,19	5,29	14,15	105,72	3,34	3,85	10,94	5,86	12,26	5,30	5,32	11,89	9,96	7,48	12,95	
9	5,11	5,18	5,30	14,18	105,74	3,36	3,87	10,95	5,86	12,23	5,29	5,34	11,84	9,98	7,49	12,96	
10	5,14	5,17	5,30	14,18	105,68	3,39	3,85	10,97	5,95	12,26	5,30	5,34	11,84	9,90	7,51	12,89	
11	5,12	5,16	5,29	14,22	105,76	3,31	3,83	10,99	5,90	12,31	5,29	5,33	11,82	9,98	7,48	12,86	
12	5,15	5,19	5,30	14,20	105,77	3,37	3,86	10,98	5,86	12,32	5,30	5,34	11,82	9,95	7,53	12,95	
13	5,12	5,18	5,27	14,19	105,69	3,31	3,85	10,91	6,06	12,23	5,26	5,30	11,90	9,89	7,62	12,93	
14	5,13	5,18	5,26	14,22	105,76	3,36	3,85	10,99	5,97	12,23	5,31	5,32	11,94	9,93	7,54	12,95	
15	5,10	5,15	5,26	14,21	105,71	3,36	3,86	10,99	5,97	12,30	5,28	5,33	11,88	9,98	7,53	12,87	
16	5,12	5,18	5,28	14,17	105,66	3,38	3,85	11,03	5,97	12,31	5,31	5,33	11,88	9,96	7,53	12,92	
Equip. utilizado	MIC 014	MIC 014	PROJ 001	PROJ 001	PAQ 015	PIN 006	PIN 006	PAQ 015	PROJ 001	PROJ 001	MIC 014	MIC 014	PAQ 015	PAQ 015	PROJ 001	MIC 014	

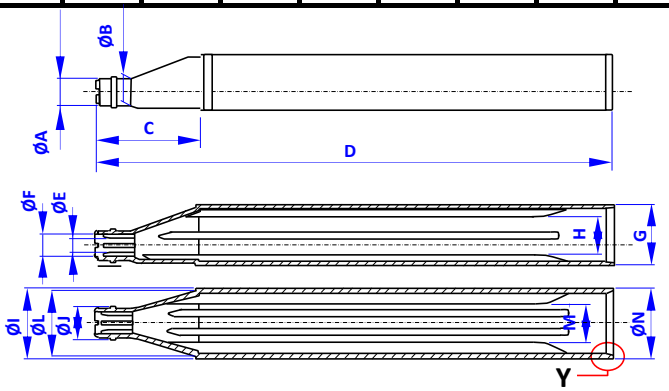

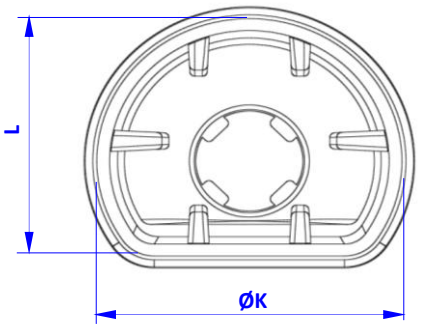


Cota	ØA Mín	ØA Máx	ØB	C	D	ØE	ØF	G	H	ØI	ØJ Mín.	ØJ Máx	ØK	ØL	M	ØN	Peso
Mínima	5,29	5,29	5,22	14,01	105,50	3,30	4,90	10,95	5,82	12,23			11,95		7,42	12,90	
Nominal	5,29	5,29	5,25	14,06	105,75	3,33	4,95	11,00	5,88	12,28			12,00		7,49	12,95	Kg
Máxima	5,34	5,34	5,28	14,11	106,00	3,36	5,00	11,05	5,93	12,33			12,05		7,56	13,00	
Méd.	5,13	5,18	5,29	14,20	105,72	3,36	3,85	10,96	5,92	12,26	5,30	5,33	11,86	9,94	7,52	12,92	
Mín.	5,10	5,15	5,26	14,15	105,64	3,31	3,83	10,88	5,82	12,22	5,26	5,30	11,82	9,89	7,47	12,86	
Máx.	5,21	5,21	5,33	14,25	105,80	3,40	3,87	11,03	6,06	12,32	5,31	5,34	11,94	9,98	7,62	12,97	
Ampl.	0,11	0,06	0,07	0,10	0,16	0,09	0,04	0,15	0,24	0,10	0,05	0,04	0,12	0,09	0,15	0,11	
Desv. pad.	0,033	0,016	0,020	0,026	0,043	0,027	0,010	0,037	0,064	0,033	0,014	0,012	0,034	0,032	0,040	0,036	
Moda	5,12	5,18	5,30	14,18	105,73	3,37	3,85	10,94	5,86	12,26	5,30	5,34	11,88	9,90	7,53	12,95	

Cota	ØA Mín
Mínima	5,29
Nominal	5,29
Máxima	5,34
Méd.	5,131
Mín.	5,10
Máx.	5,21
Ampl.	0,11
Desv. pad.	0,033
Moda	5,12

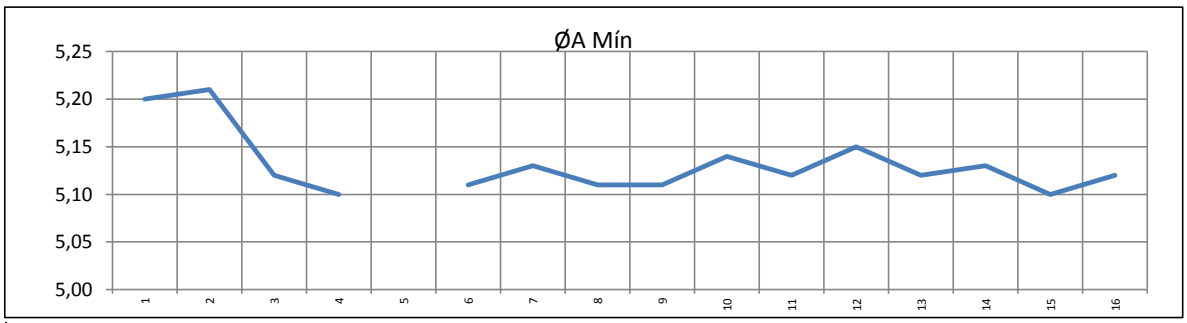


Mínima (desv. pad.):	5,098	Máxima (desv. pad.):	5,164

Cota	ØA Máx
Mínima	5,29
Nominal	5,29
Máxima	5,34
Méd.	5,182
Mín.	5,15
Máx.	5,21
Ampl.	0,06
Desv. pad.	0,016
Moda	5,18

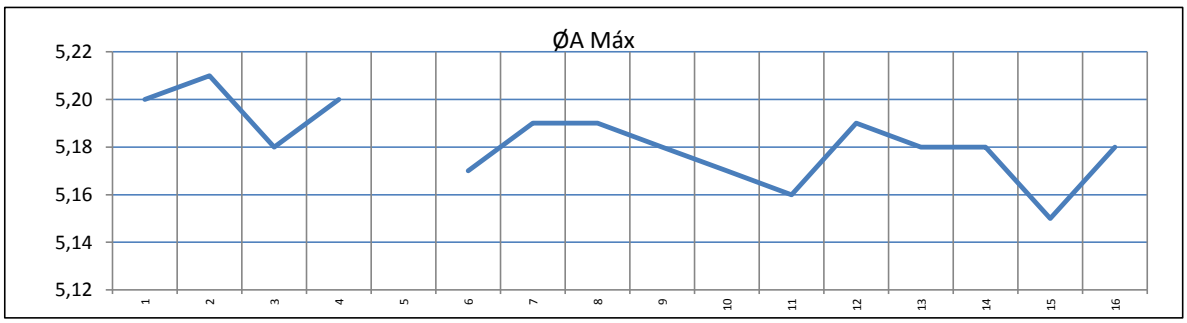


Mínima (desv. pad.):	5,166	Máxima (desv. pad.):	5,198

Cota	ØB
Mínima	5,22
Nominal	5,25
Máxima	5,28
Méd.	5,288
Mín.	5,26
Máx.	5,33
Ampl.	0,07
Desv. pad.	0,020
Moda	5,30

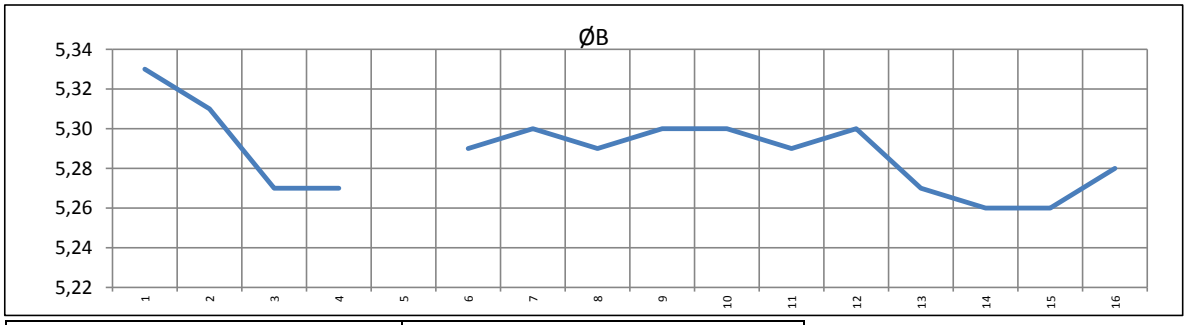


Mínima (desv. pad.):	5,268	Máxima (desv. pad.):	5,308

Cota	C
Mínima	14,01
Nominal	14,06
Máxima	14,11
Méd.	14,199
Mín.	14,15
Máx.	14,25
Ampl.	0,10
Desv. pad.	0,026
Moda	14,18

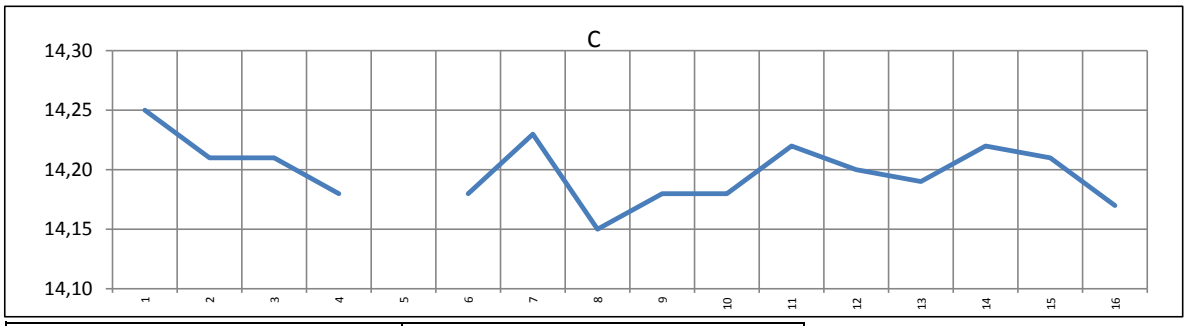


Mínima (desv. pad.):	14,173	Máxima (desv. pad.):	14,225

Cota	D
Mínima	105,50
Nominal	105,75
Máxima	106,00
Méd.	105,724
Mín.	105,64
Máx.	105,80
Ampl.	0,16
Desv. pad.	0,043
Moda	105,73

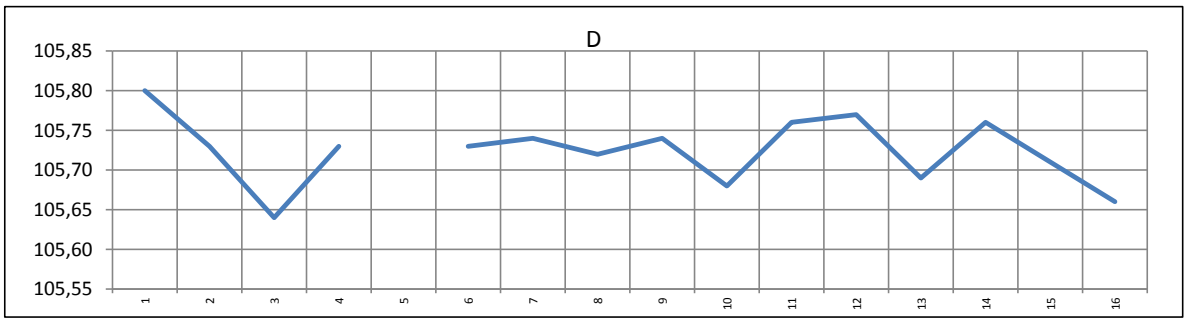


Mínima (desv. pad.):	105,681	Máxima (desv. pad.):	105,767

Cota	ØE
Mínima	3,30
Nominal	3,33
Máxima	3,36
Méd.	3,365
Mín.	3,31
Máx.	3,40
Ampl.	0,09
Desv. pad.	0,027
Moda	3,37

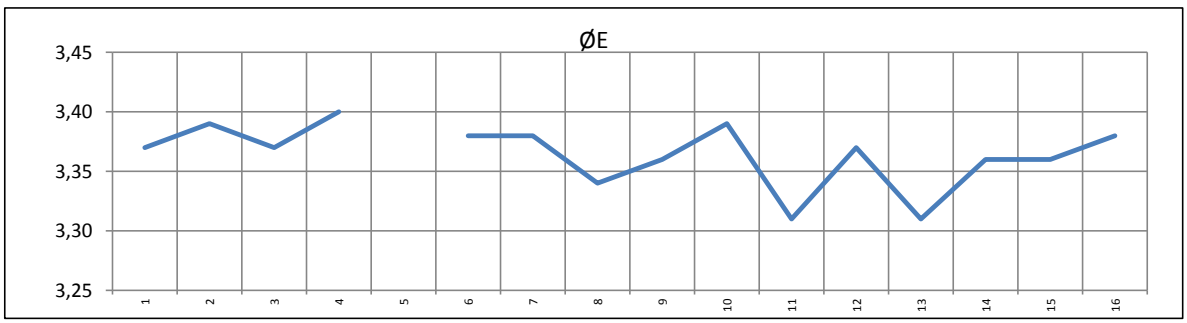


Mínima (desv. pad.):	3,338	Máxima (desv. pad.):	3,391

Cota	ØF
Mínima	4,90
Nominal	4,95
Máxima	5,00
Méd.	3,851
Mín.	3,83
Máx.	3,87
Ampl.	0,04
Desv. pad.	0,010
Moda	3,85

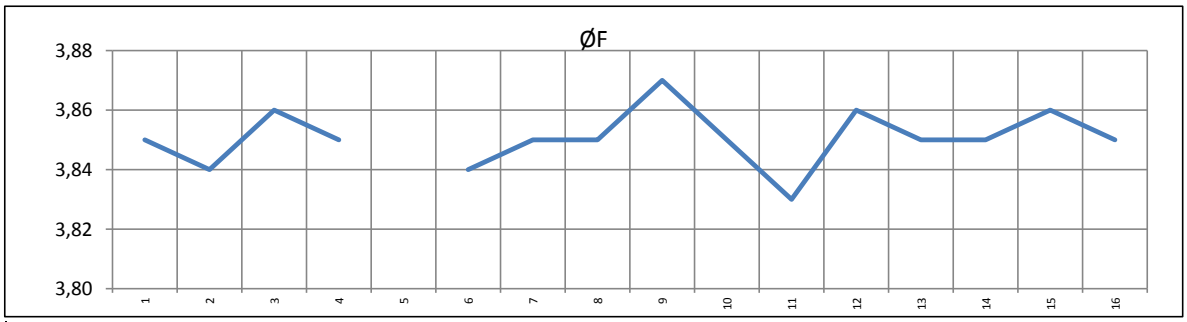


Mínima (desv. pad.):	3,841	Máxima (desv. pad.):	3,860

Cota	G
Mínima	10,95
Nominal	11,00
Máxima	11,05
Méd.	10,959
Mín.	10,88
Máx.	11,03
Ampl.	0,15
Desv. pad.	0,037
Moda	10,94

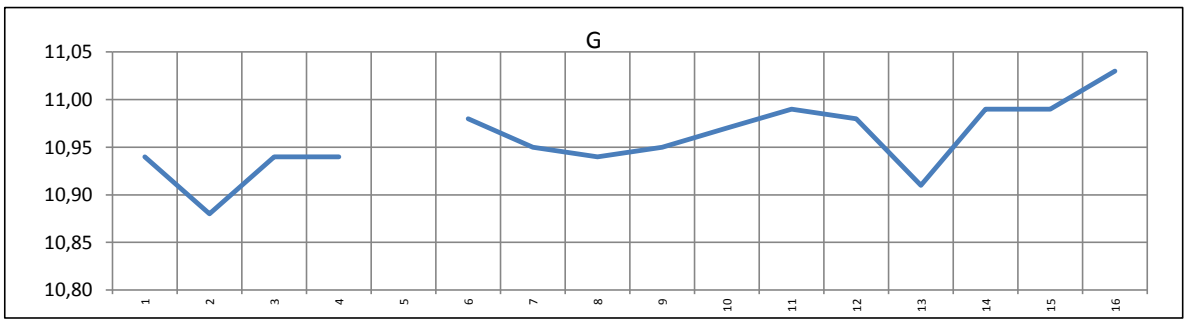


Mínima (desv. pad.):	10,922	Máxima (desv. pad.):	10,996

Cota	H
Mínima	5,82
Nominal	5,88
Máxima	5,93
Méd.	5,925
Mín.	5,82
Máx.	6,06
Ampl.	0,24
Desv. pad.	0,064
Moda	5,86

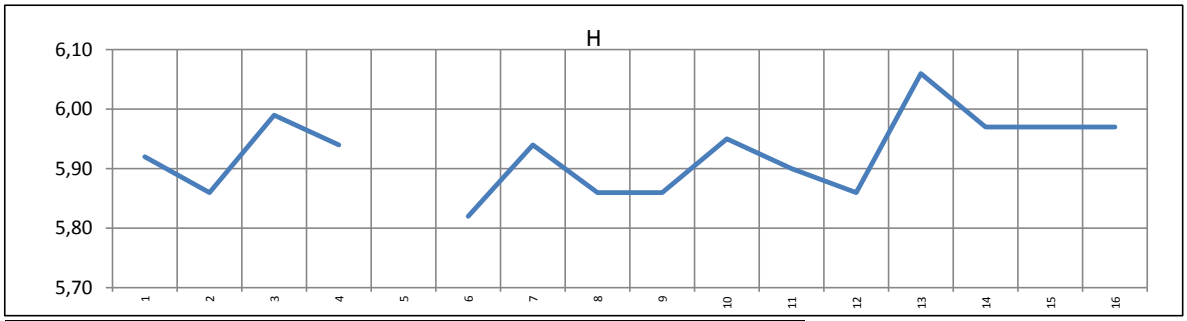


Mínima (desv. pad.):	5,860	Máxima (desv. pad.):	5,989

Cota	ØI
Mínima	12,23
Nominal	12,28
Máxima	12,33
Méd.	12,263
Mín.	12,22
Máx.	12,32
Ampl.	0,10
Desv. pad.	0,033
Moda	12,26

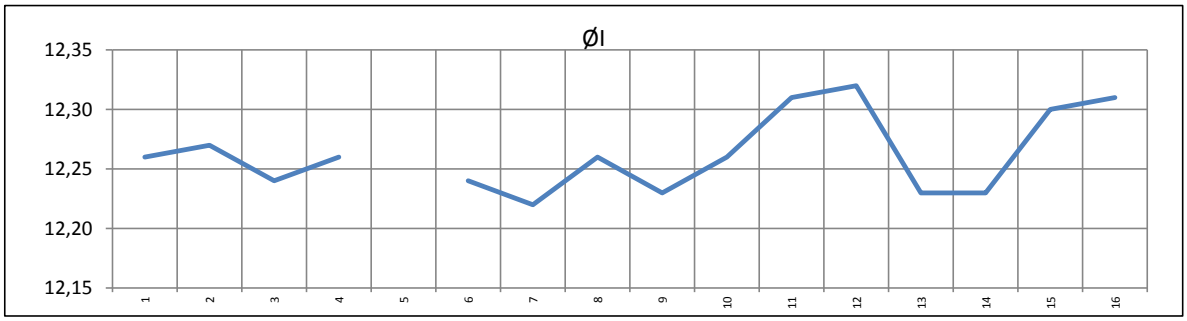


Mínima (desv. pad.):	12,230	Máxima (desv. pad.):	12,296

Cota	ØJ Mín.
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	5,295
Mín.	5,26
Máx.	5,31
Ampl.	0,05
Desv. pad.	0,014
Moda	5,30

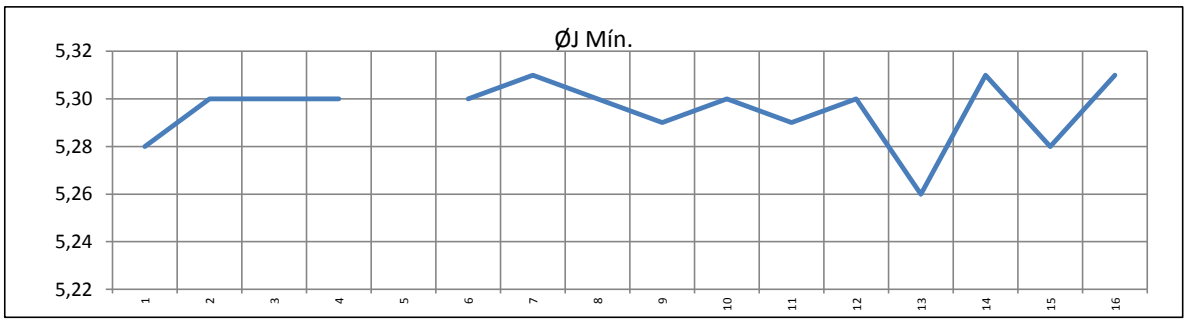


Mínima (desv. pad.):	5,282	Máxima (desv. pad.):	5,309

Cota	ØJ Máx
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	5,329
Mín.	5,30
Máx.	5,34
Ampl.	0,04
Desv. pad.	0,012
Moda	5,34

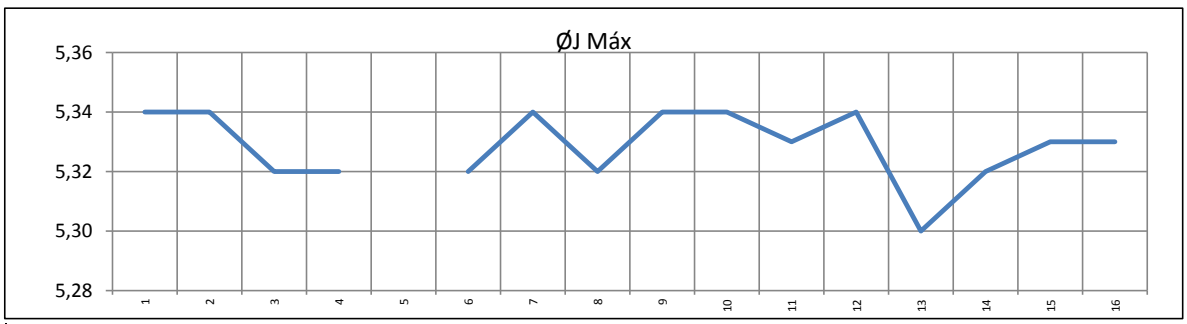


Mínima (desv. pad.):	5,317	Máxima (desv. pad.):	5,341

Cota	ØK
Mínima	11,95
Nominal	12,00
Máxima	12,05
Méd.	11,864
Mín.	11,82
Máx.	11,94
Ampl.	0,12
Desv. pad.	0,034
Moda	11,88

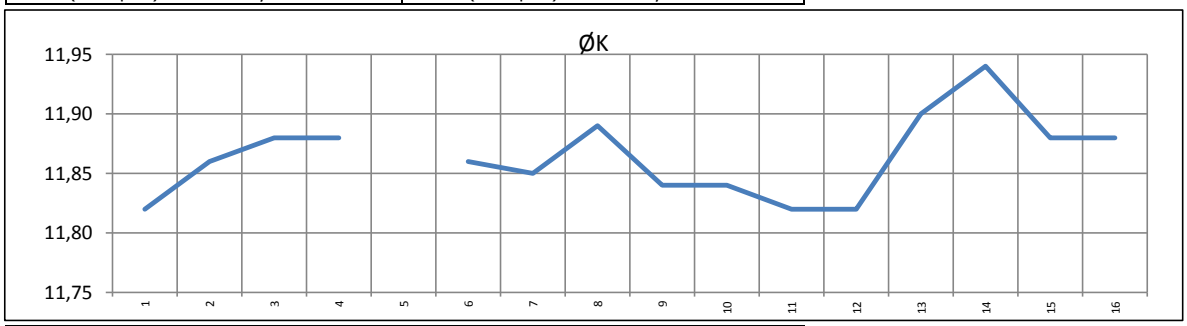


Mínima (desv. pad.):	11,830	Máxima (desv. pad.):	11,898

Cota	ØL
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	9,939
Mín.	9,89
Máx.	9,98
Ampl.	0,09
Desv. pad.	0,032
Moda	9,90

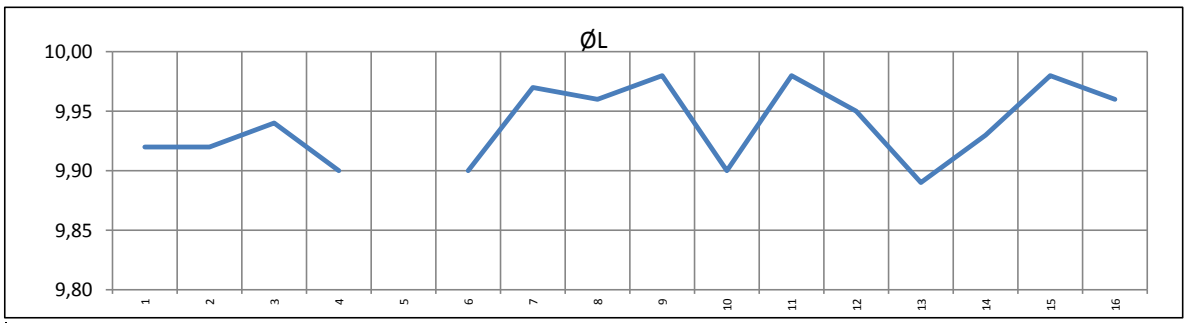


Mínima (desv. pad.):	9,906	Máxima (desv. pad.):	9,971

Cota	M
Mínima	7,42
Nominal	7,49
Máxima	7,56
Méd.	7,525
Mín.	7,47
Máx.	7,62
Ampl.	0,15
Desv. pad.	0,040
Moda	7,53

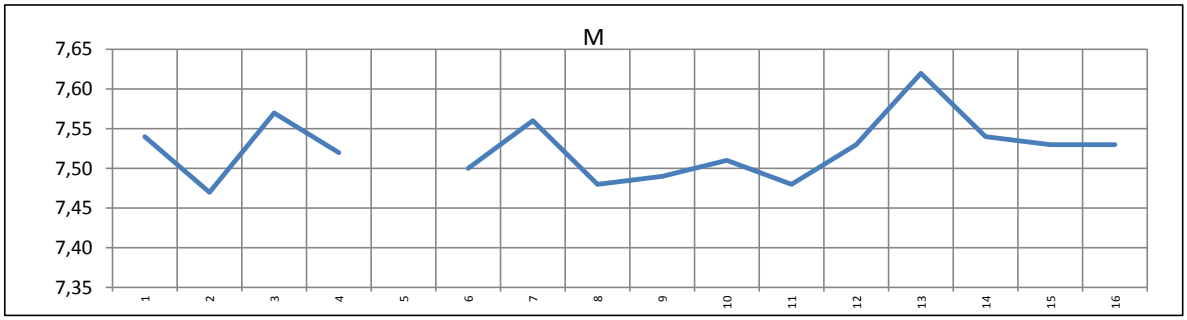

Mínima (desv. pad.):	7,485	Máxima (desv. pad.):	7,564

Cota	ØN
Mínima	12,90
Nominal	12,95
Máxima	13,00
Méd.	12,924
Mín.	12,86
Máx.	12,97
Ampl.	0,11
Desv. pad.	0,036
Moda	12,95

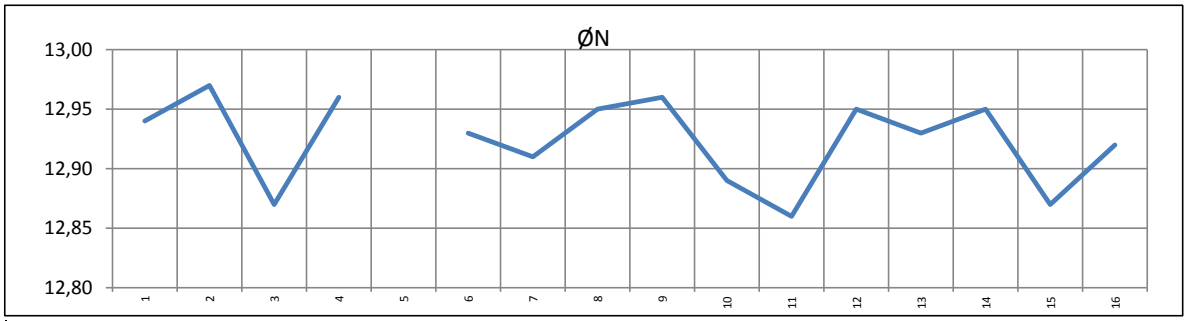

Mínima (desv. pad.):	12,888	Máxima (desv. pad.):	12,960

Parâmetros de injeção

Injeção	
Tempo	1,61 s
Posição	26,0 mm
Pressão	90 bar
Velocidade	43 mm/s
Colchão de massa	23,57 mm

Recalque		
Pressão	Mín.:	20 bar
	Máx.:	20 bar
Tempo	1,20 s	

Temperatura da máquina						
255°C	250°C	245°C	240°C	230°C	225°C	

Temperatura do molde					
Bicos	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
Manifold	NA	NA			

Ciclo de injeção:	21,48 s

Volume da dosagem	72 mm
Contra-pressão	1 bar

Observações gerais e conclusão

Obs.1: Notou-se que o encaixe da tampa no corpo está apertado;

Obs.2: O anel observado na frente do corpo, identificado como cota "ØJ", não aparece no desenho.

Obs.3: Não há especificação da cota "ØL" no desenho.

Solicitamos a adequação das medidas em desenho, uma vez que identificamos pelo levantamento dimensional valores fora da especificação, que não afetam a funcionalidade e montagem do produto.