Cia. de Canetas COMPACTOR

Levantamento Dimensional C.Q.


Data:	10/06/2019
Solicitante:	Tiago
Controlador:	Daniel

Material Avaliado:	Tampinha Microline	Data da Prod.:	05/06/2019	Cor:	VERDE ESCURO	Maq.: E33	Molde: 151
Matéria-prima	PP Puro			Motivo:	Levantamento Dimensional Programado		
Nº do desenho:	09.10.19	Revisão:	0				

Todas as medidas apresentadas, já estão corrigidas pelas incertezas, tendências/erros conforme assinalado no certificado de calibração de cada equipamento: PROJ001: 4066518; MIC014: D-0679/18; PAQ013: 0759/18-01.


Dados da medição (mm)

Cota	A	B	C	ØD Mín.	ØD Máx.	ØE	ØF	ØG	H							Peso
Mínima	34,50	5,95	0,89	6,47	6,47	7,11	5,47	5,65	27,61							Kg
Nominal	34,55	5,00	0,94	6,50	6,50	7,16	5,50	5,70	27,66							
Máxima	34,60	6,05	0,99	6,53	6,53	7,21	5,53	5,75	27,71							
1	34,75	6,07	0,97	6,54	6,54	6,93	5,43	5,69	27,70							0,49
2	34,73	6,10	0,94	6,51	6,51	6,92	5,43	5,68	27,69							0,49
3	34,73	6,10	0,97	6,51	6,51	6,98	5,48	5,66	27,66							0,49
4	34,72	6,08	0,95	6,52	6,52	6,96	5,45	5,66	27,70							0,49
5	34,75	6,12	1,00	6,51	6,52	6,90	5,45	5,68	27,63							0,49
6	34,72	6,08	1,01	6,52	6,52	6,86	5,44	5,68	27,64							0,49
7	34,73	6,12	0,91	6,52	6,52	6,88	5,42	5,68	27,70							0,49
8	34,73	6,10	0,97	6,52	6,52	6,98	5,43	5,68	27,66							0,49
9	34,75	6,14	0,98	6,53	6,53	6,90	5,43	5,68	27,64							0,49
10	34,76	6,21	0,91	6,51	6,51	6,91	5,42	5,68	27,64							0,49
11	34,73	6,13	0,98	6,52	6,53	6,88	5,43	5,69	27,62							0,49
12																
13	34,74	6,11	0,96	6,52	6,52	6,94	5,43	5,67	27,68							0,49
14	34,70	6,11	1,00	6,53	6,53	6,96	5,43	5,65	27,60							0,49
15	34,72	6,10	0,98	6,51	6,52	6,89	5,43	5,66	27,64							0,49
16	34,72	6,12	1,00	6,52	6,52	6,89	5,44	5,68	27,61							0,49
Equip. utilizado	PAQ 013	PROJ 001	PROJ 001	PAQ 013	PAQ 013	PROJ 001	PROJ 001	MIC 014	PROJ 001							BAL 014

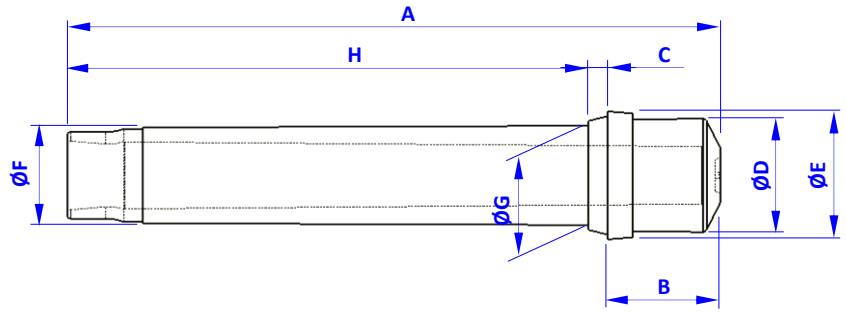


Cota	A	B	C	ØD Mín.	ØD Máx	ØE	ØF	ØG	H							Peso
Mínima	34,50	5,95	0,89	6,47	6,47	7,11	5,47	5,65	27,61							Kg
Nominal	34,55	5,00	0,94	6,50	6,50	7,16	5,50	5,70	27,66							
Máxima	34,60	6,05	0,99	6,53	6,53	7,21	5,53	5,75	27,71							
Méd.	34,73	6,11	0,97	6,52	6,52	6,92	5,44	5,67	27,65							
Mín.	34,70	6,07	0,91	6,51	6,51	6,86	5,42	5,65	27,60							0,49
Máx.	34,76	6,21	1,01	6,54	6,54	6,98	5,48	5,69	27,70							0,49
Ampl.	0,06	0,14	0,09	0,03	0,03	0,11	0,06	0,04	0,10							0,01
Desv. pad.	0,016	0,033	0,030	0,009	0,008	0,037	0,015	0,012	0,034							0,00
Moda	34,73			6,52	6,52	6,88	5,43	5,68	27,64							0,49

Cota	A
Mínima	34,50
Nominal	34,55
Máxima	34,60
Méd.	34,734
Mín.	34,70
Máx.	34,76
Ampl.	0,06
Desv. pad.	0,016
Moda	34,73

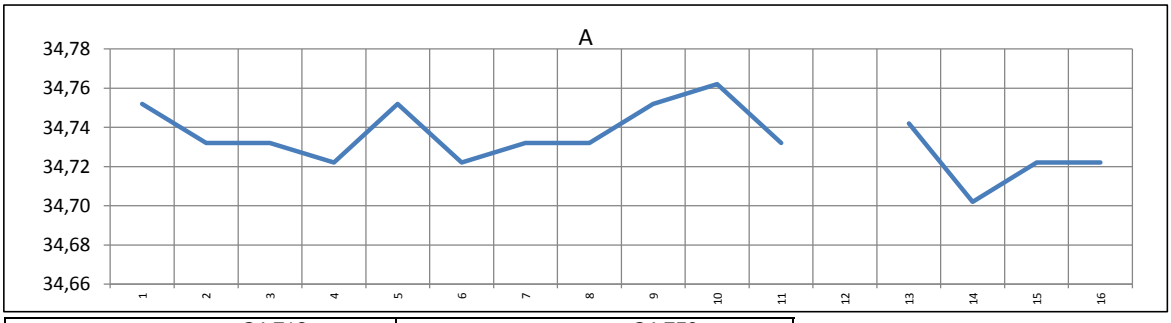


Mínima (desv. pad.):	34,718	Máxima (desv. pad.):	34,750

Cota	B
Mínima	5,95
Nominal	5,00
Máxima	6,05
Méd.	6,112
Mín.	6,07
Máx.	6,21
Ampl.	0,14
Desv. pad.	0,033
Moda	

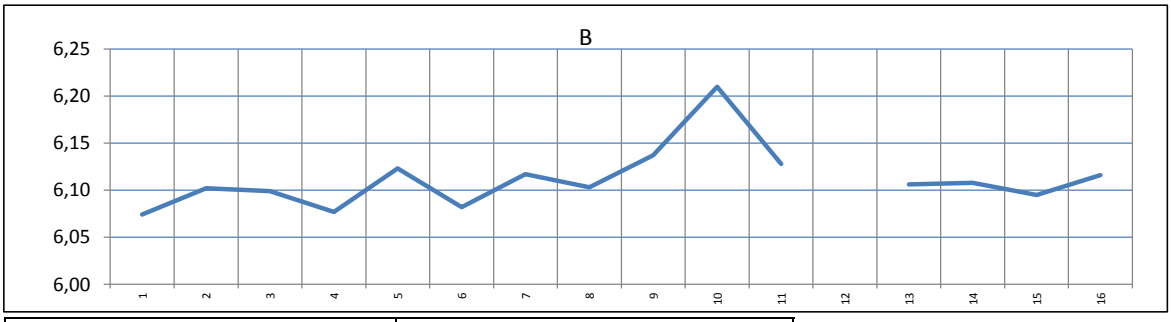


Mínima (desv. pad.):	6,079	Máxima (desv. pad.):	6,144

Cota	C
Mínima	0,89
Nominal	0,94
Máxima	0,99
Méd.	0,968
Mín.	0,91
Máx.	1,01
Ampl.	0,09
Desv. pad.	0,030
Moda	

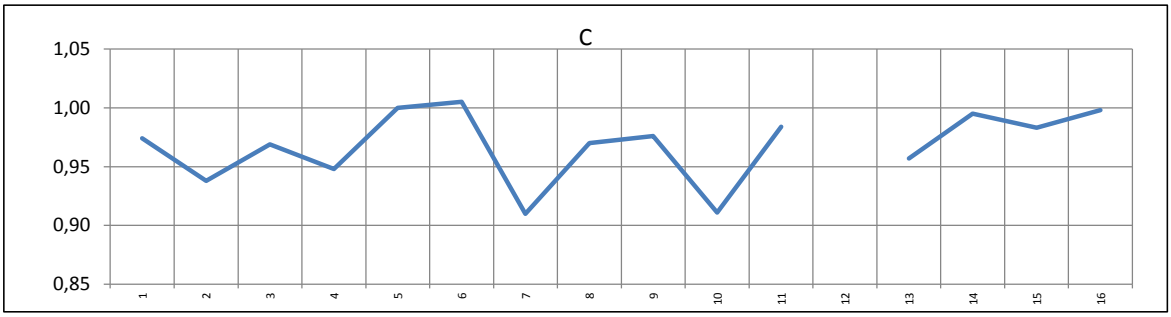


Mínima (desv. pad.):	0,938	Máxima (desv. pad.):	0,998

Cota	ØD Mín.
Mínima	6,47
Nominal	6,50
Máxima	6,53
Méd.	6,521
Mín.	6,51
Máx.	6,54
Ampl.	0,03
Desv. pad.	0,009
Moda	6,52

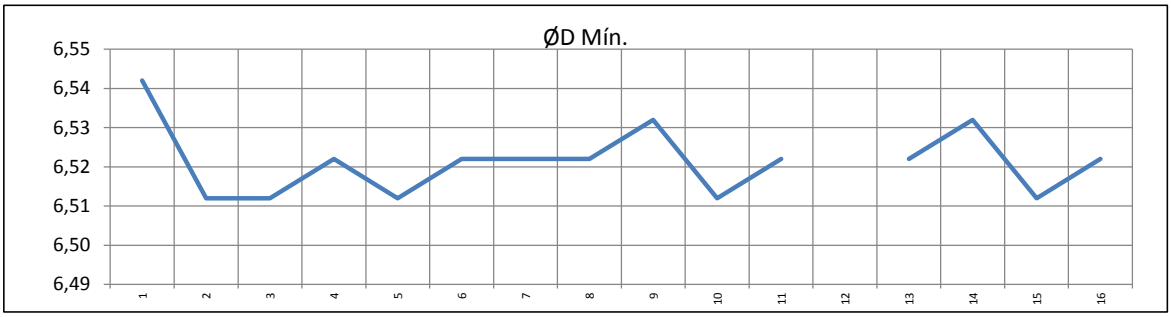


Mínima (desv. pad.):	6,512	Máxima (desv. pad.):	6,530

Cota	ØD Máx
Mínima	6,47
Nominal	6,50
Máxima	6,53
Méd.	6,523
Mín.	6,51
Máx.	6,54
Ampl.	0,03
Desv. pad.	0,008
Moda	6,52

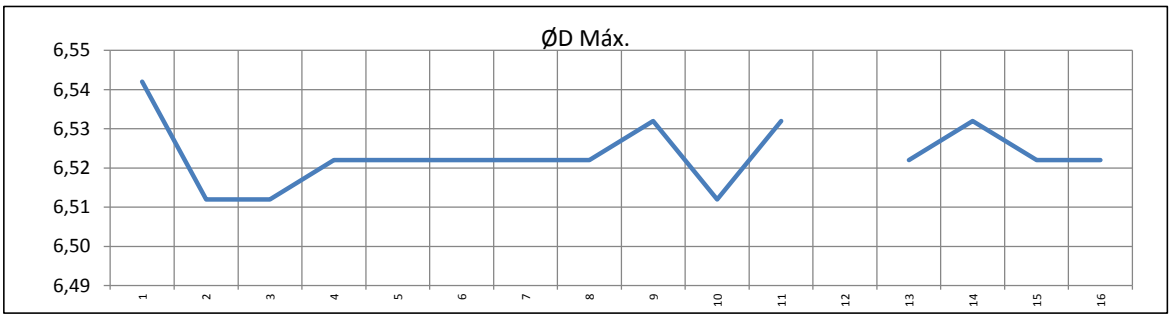


Mínima (desv. pad.):	6,515	Máxima (desv. pad.):	6,532

Cota	ØE
Mínima	7,11
Nominal	7,16
Máxima	7,21
Méd.	6,917
Mín.	6,86
Máx.	6,98
Ampl.	0,11
Desv. pad.	0,037
Moda	6,88

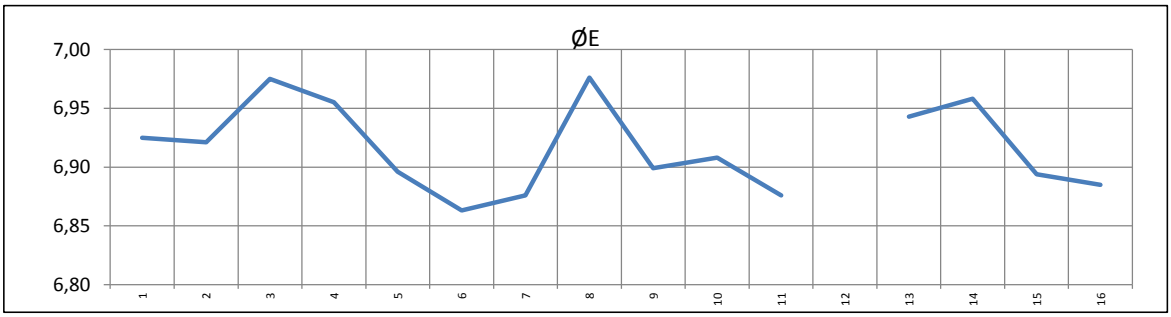

Mínima (desv. pad.):	6,879	Máxima (desv. pad.):	6,954

Cota	ØF
Mínima	5,47
Nominal	5,50
Máxima	5,53
Méd.	5,435
Mín.	5,42
Máx.	5,48
Ampl.	0,06
Desv. pad.	0,015
Moda	5,43

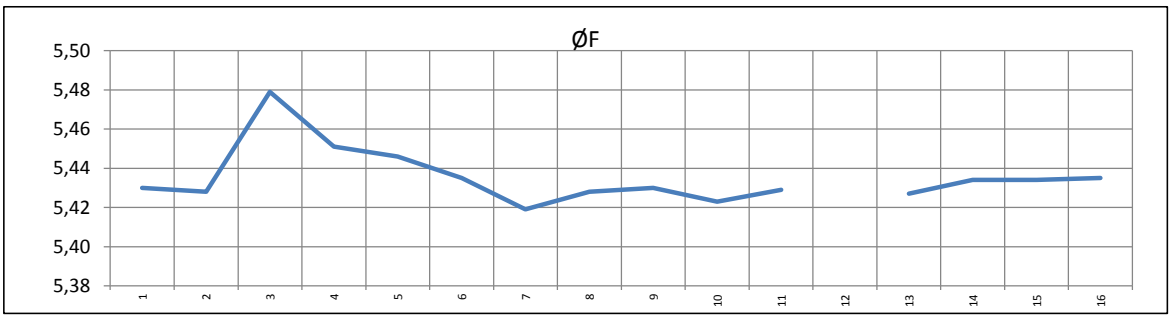

Mínima (desv. pad.):	5,421	Máxima (desv. pad.):	5,450

Parâmetros de injeção

Injeção	
Tempo	1,90 s
Posição	0 mm
Pressão	70 bar
Velocidade	30 s
Colchão de massa	22 mm

Temperatura da máquina						
35%	230	220	210			

Ciclo de injeção:	20,36 s

Recalque		
Pressão	Mín.:	65 bar
	Máx.:	65 bar
Tempo	2,50 s	

Temperatura do molde					
Bicos					
Manifold					

Volume da dosagem	50 mm
Contra-pressão	0,5 bar

Observações gerais e conclusão