Cia. de Canetas COMPACTOR


Levantamento Dimensional C.Q.

Data:	12/06/2019
Solicitante:	Tiago
Controlador:	Daniel

Material Avaliado:	Tampinha marc. Destaq	Data da Prod.:	07/06/2019	Cor:	LARANJA PASTEL	Maq.: E3	Molde: 163
Matéria-prima	Polietileno			Motivo:	Levantamento Dimensional Programado		
Nº do desenho:	11.02.06	Revisão:	0				


Dados da medição

Cota	A	ØB1	ØB2	ØC1	ØC2	ØD1	D2	E	F	G	H		E+G				Peso
Mínima	21,30	10,90		11,70		10,95		5,75			9,73						Kg
Nominal	21,40	10,95		11,73		11,00		5,80			9,76						
Máxima	21,50	11,00		11,76		11,05		5,85			9,79						
1	22,04	*10,91*	8,84	11,52	9,66	10,92	8,91	5,98	1,36	1,98	10,76		14,08				0,74
2	21,96	*10,94*	8,84	11,54	9,72	10,92	8,89	5,91	1,33	1,99	10,74		14,06				0,74
3																	
4	22,04	*10,93*	8,87	11,54	9,60	10,92	8,92	5,91	1,40	1,97	10,77		14,16				0,74
5	22,03	*10,94*	8,86	11,58	9,64	10,93	8,91	5,92	1,38	1,99	10,77		14,12				0,74
6	22,09	*10,91*	8,83	11,59	9,69	10,92	8,92	5,96	1,44	1,98	10,79		14,15				0,73
7	22,07	*10,91*	8,82	11,60	9,66	10,91	8,91	5,97	1,42	1,98	10,77		14,12				0,73
8	22,09	*10,93*	8,85	11,59	9,63	10,91	8,91	6,02	1,43	1,97	10,74		14,10				0,74
9	22,03	*10,94*	8,85	11,57	9,61	10,93	8,90	5,97	1,38	1,97	10,77		14,09				0,73
10	22,05	*10,93*	8,82	11,53	9,63	10,92	8,91	5,92	1,37	1,97	10,79		14,16				0,73
11	22,02	*10,93*	8,85	11,58	9,65	10,92	8,95	5,88	1,40	1,97	10,77		14,17				0,73
12	22,08	*10,92*	8,86	11,55	9,67	10,91	8,95	6,03	1,34	1,98	10,81		14,07				0,75
13	22,00	10,89	8,82	11,54	9,64	10,88	8,90	5,87	1,36	1,97	10,79		14,16				0,74
14	21,99	*10,93*	8,86	11,57	9,64	10,91	8,92	5,89	1,42	1,97	10,78		14,13				0,74
15	22,03	*10,91*	8,83	11,60	9,65	10,90	8,92	5,91	1,41	1,97	10,78		14,15				0,73
16	22,05	*10,91*	8,86	11,55	9,61	10,91	8,95	5,97	1,34	1,97	10,80		14,11				0,74
Equip. utilizado	PAQ 013	PAQ 013	PAQ 013	PROJETOR	PROJETOR	PAQ 013	PAQ 013	PROJETOR	PROJETOR	PAQ 013	PAQ 013						BAL 014

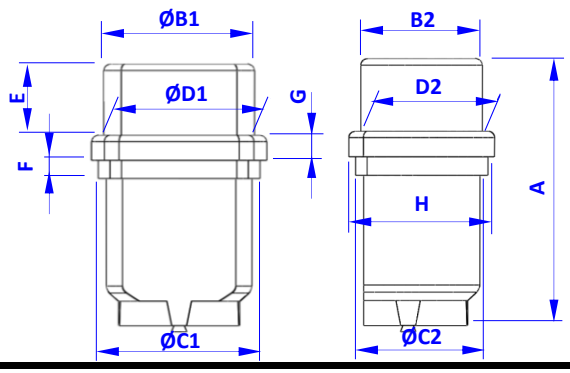


Cota	A	ØB1	ØB2	ØC1	ØC2	ØD1	D2	E	F	G	H		E+G				Peso
Mínima	21,30	10,90		11,70		10,95		5,75			9,73						Kg
Nominal	21,40	10,95		11,73		11,00		5,80			9,76						
Máxima	21,50	11,00		11,76		11,05		5,85			9,79						
Méd.	22,04	10,92	8,84	11,56	9,65	10,91	8,92	5,94	1,39	1,98	10,78		14,12				
Mín.	21,96	10,89	8,82	11,52	9,60	10,88	8,89	5,87	1,33	1,97	10,74		14,06				0,73
Máx.	22,09	10,94	8,87	11,60	9,72	10,93	8,95	6,03	1,44	1,99	10,81		14,17				0,75
Ampl.	0,13	0,05	0,05	0,08	0,12	0,05	0,06	0,16	0,11	0,02	0,07		0,11				0,02
Desv. pad.	0,037	0,015	0,017	0,026	0,031	0,012	0,019	0,049	0,035	0,007	0,020		0,036				0,01
Moda	22,03	10,91	8,86	11,54	9,64	10,92	8,91	5,91	1,36	1,97	10,77		14,16				0,74

Cota	A
Mínima	21,30
Nominal	21,40
Máxima	21,50
Méd.	22,038
Mín.	21,96
Máx.	22,09
Ampl.	0,13
Desv. pad.	0,037
Moda	22,03

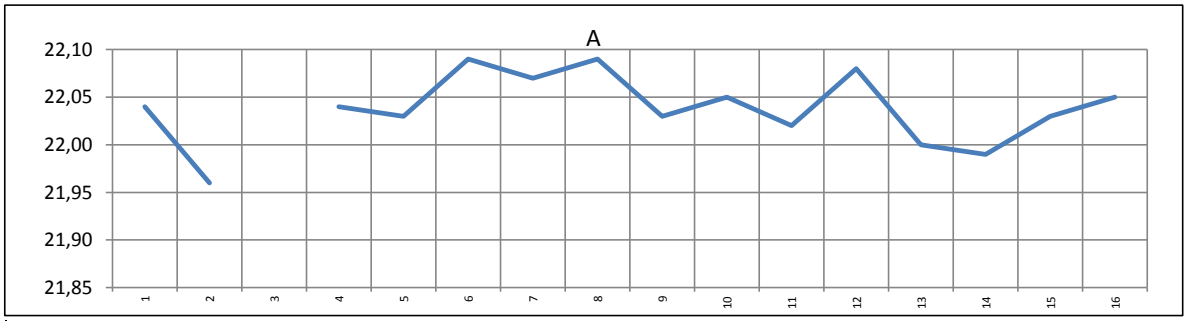


Mínima (desv. pad.):	22,001	Máxima (desv. pad.):	22,075

Cota	ØB1
Mínima	10,90
Nominal	10,95
Máxima	11,00
Méd.	10,922
Mín.	10,89
Máx.	10,94
Ampl.	0,05
Desv. pad.	0,015
Moda	10,91

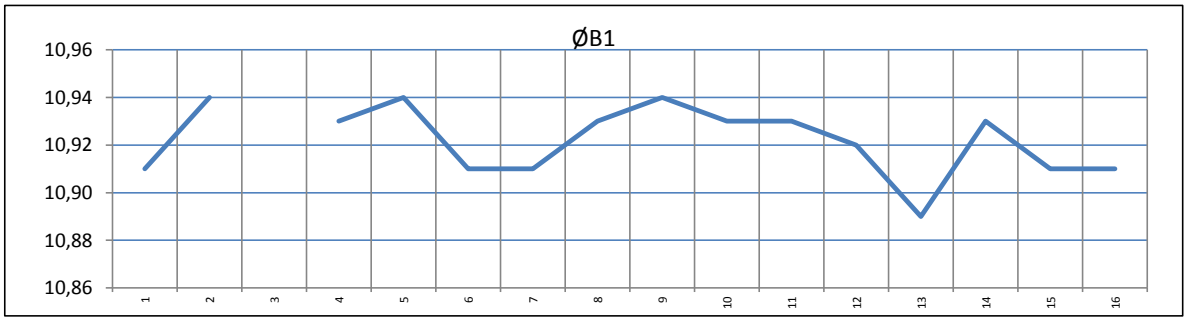


Mínima (desv. pad.):	10,907	Máxima (desv. pad.):	10,937

Cota	ØB2
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	8,844
Mín.	8,82
Máx.	8,87
Ampl.	0,05
Desv. pad.	0,017
Moda	8,86

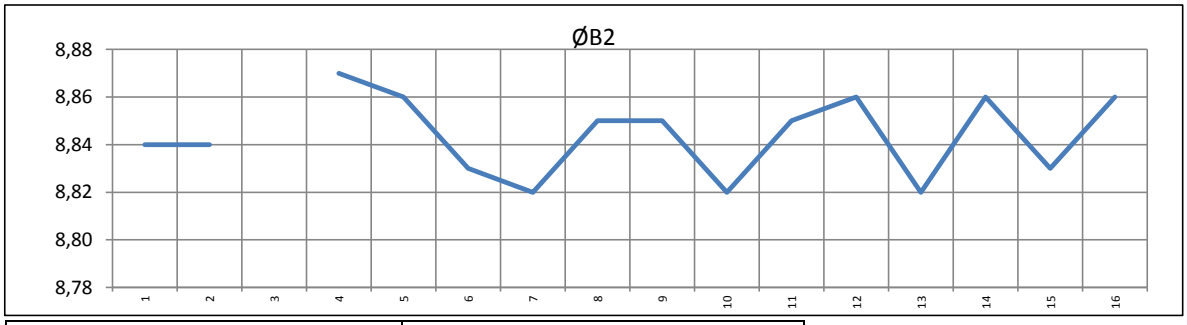


Mínima (desv. pad.):	8,827	Máxima (desv. pad.):	8,861

Cota	ØC1
Mínima	11,70
Nominal	11,73
Máxima	11,76
Méd.	11,563
Mín.	11,52
Máx.	11,60
Ampl.	0,08
Desv. pad.	0,026
Moda	11,54

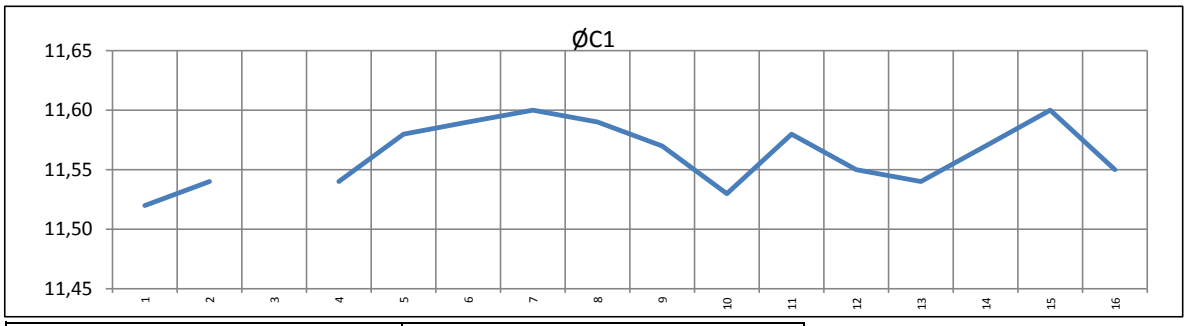


Mínima (desv. pad.):	11,537	Máxima (desv. pad.):	11,590

Cota	ØC2
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	9,647
Mín.	9,60
Máx.	9,72
Ampl.	0,12
Desv. pad.	0,031
Moda	9,64

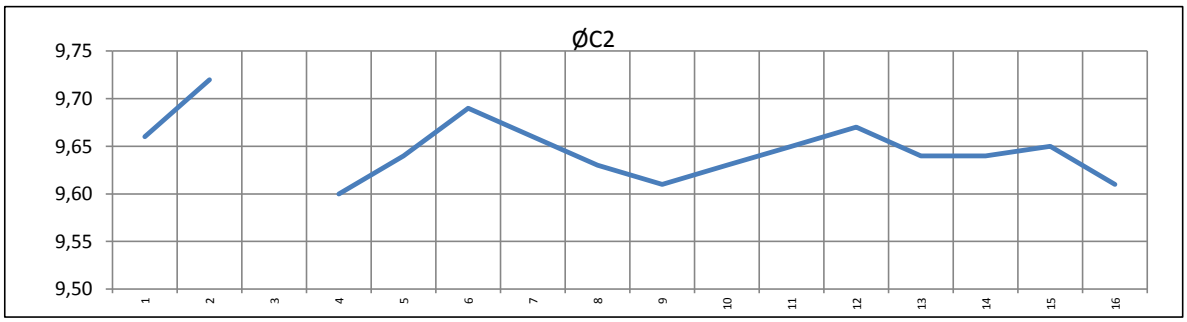


Mínima (desv. pad.):	9,615	Máxima (desv. pad.):	9,678

Cota	ØD1
Mínima	10,95
Nominal	11,00
Máxima	11,05
Méd.	10,914
Mín.	10,88
Máx.	10,93
Ampl.	0,05
Desv. pad.	0,012
Moda	10,92

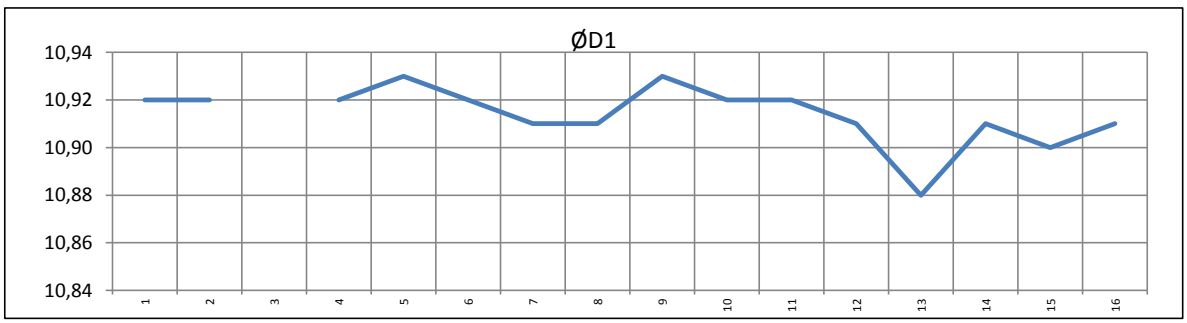


Mínima (desv. pad.):	10,902	Máxima (desv. pad.):	10,926

Cota	D2
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	8,918
Mín.	8,89
Máx.	8,95
Ampl.	0,06
Desv. pad.	0,019
Moda	8,91

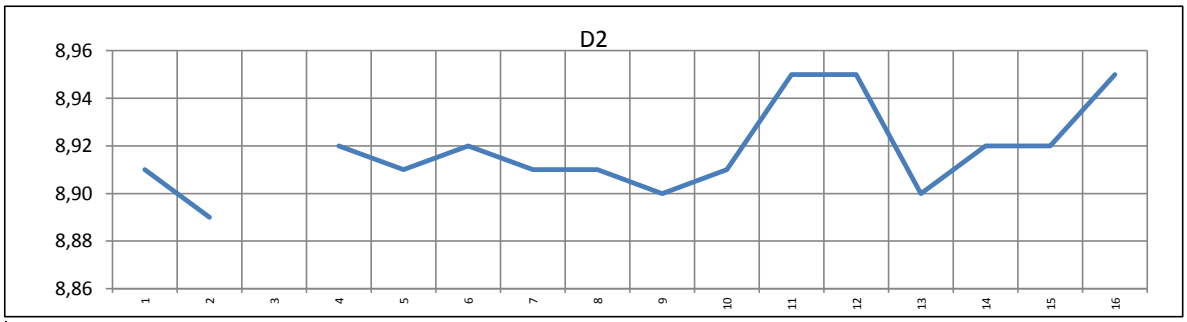


Mínima (desv. pad.):	8,899	Máxima (desv. pad.):	8,937

Cota	E
Mínima	5,75
Nominal	5,80
Máxima	5,85
Méd.	5,941
Mín.	5,87
Máx.	6,03
Ampl.	0,16
Desv. pad.	0,049
Moda	5,91

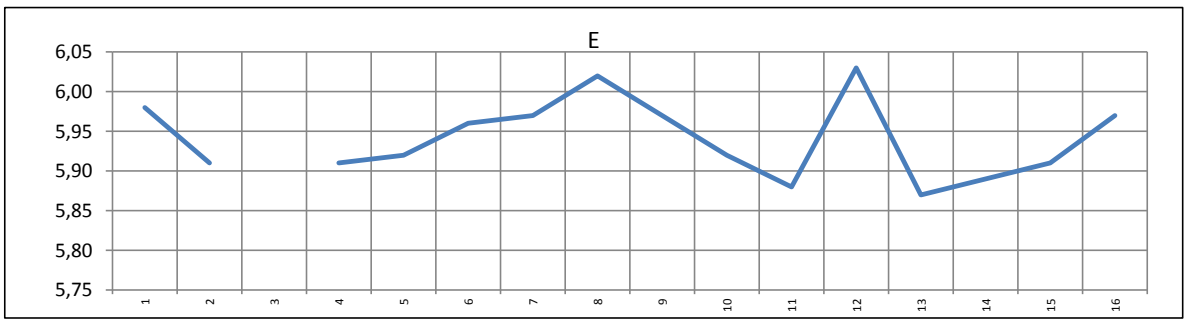


Mínima (desv. pad.):	5,892	Máxima (desv. pad.):	5,990

Cota	F
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	1,385
Mín.	1,33
Máx.	1,44
Ampl.	0,11
Desv. pad.	0,035
Moda	1,36

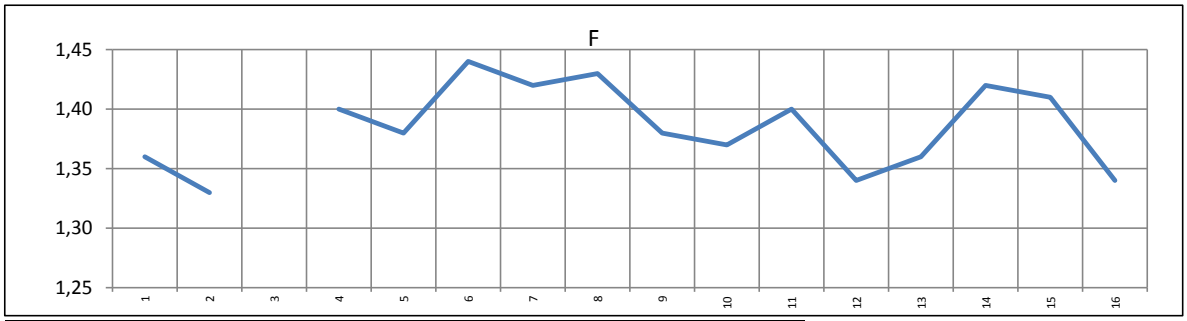


Mínima (desv. pad.):	1,350	Máxima (desv. pad.):	1,420

Cota	G
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	1,975
Mín.	1,97
Máx.	1,99
Ampl.	0,02
Desv. pad.	0,007
Moda	1,97

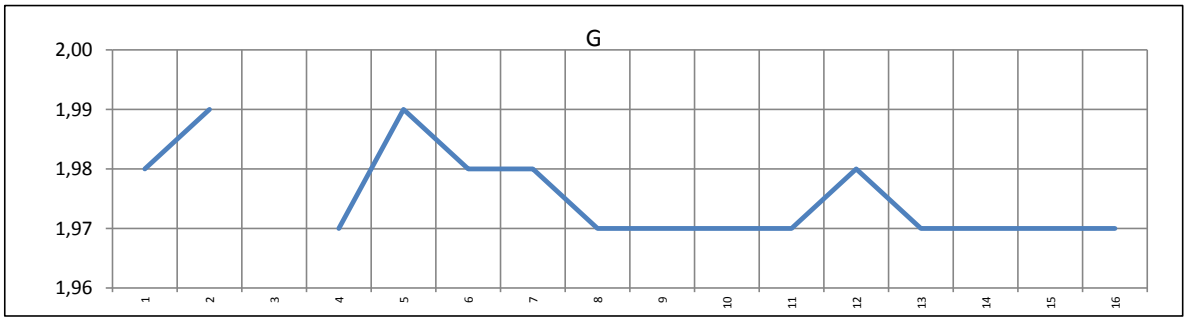


Mínima (desv. pad.):	1,968	Máxima (desv. pad.):	1,983

Cota	H
Mínima	9,73
Nominal	9,76
Máxima	9,79
Méd.	10,775
Mín.	10,74
Máx.	10,81
Ampl.	0,07
Desv. pad.	0,020
Moda	10,77

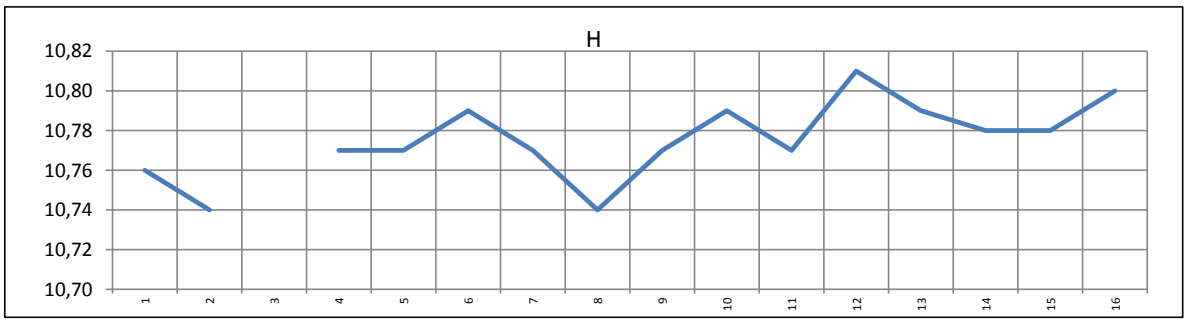


Mínima (desv. pad.):	10,756	Máxima (desv. pad.):	10,795

Cota	
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	0,000
Mín.	
Máx.	
Ampl.	
Desv. pad.	
Moda	

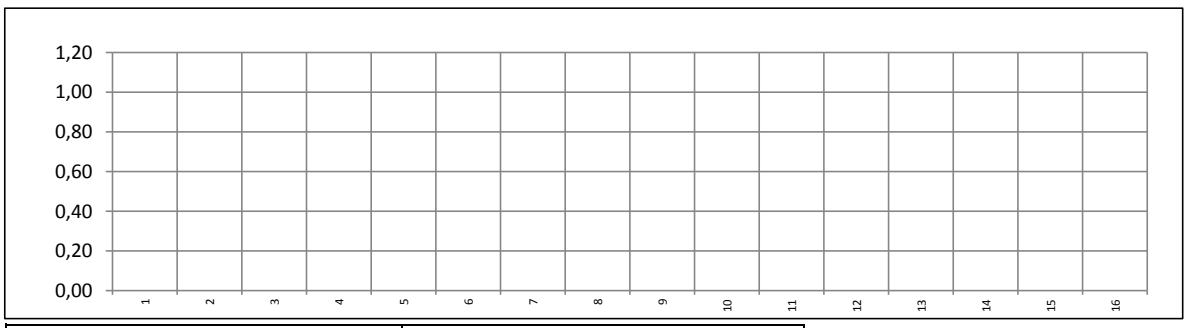


Mínima (desv. pad.):		Máxima (desv. pad.):	

Cota	E+G
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	14,122
Mín.	14,06
Máx.	14,17
Ampl.	0,11
Desv. pad.	0,036
Moda	14,16

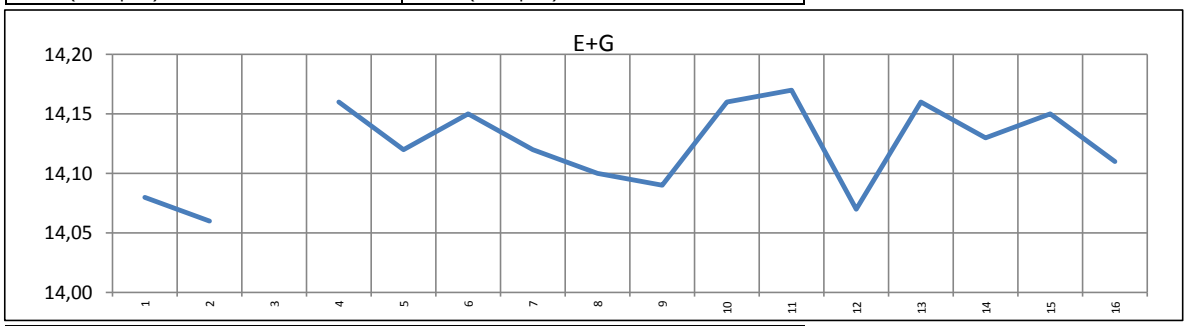


Mínima (desv. pad.):	14,086	Máxima (desv. pad.):	14,158

Cota	
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	
Mín.	
Máx.	
Ampl.	
Desv. pad.	
Moda	

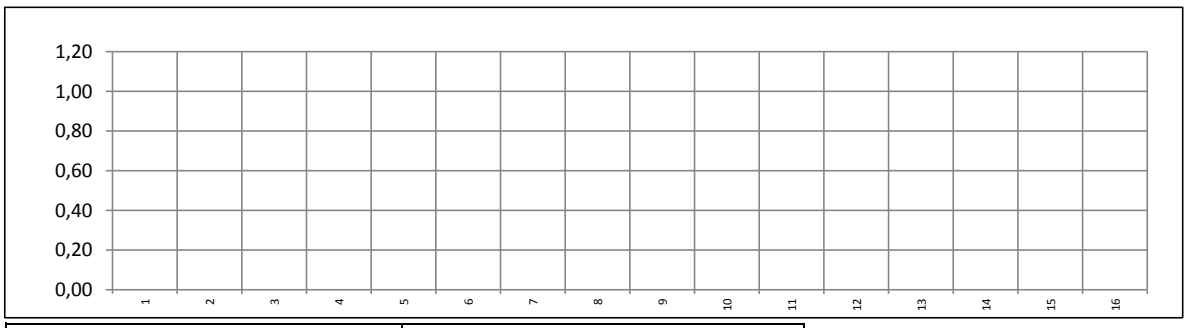


Mínima (desv. pad.):		Máxima (desv. pad.):	

Cota	
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	
Mín.	
Máx.	
Ampl.	
Desv. pad.	
Moda	

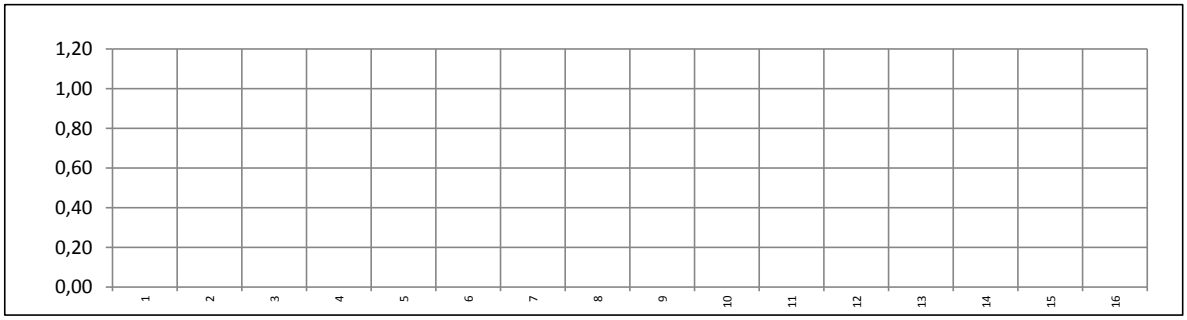

Mínima (desv. pad.):	Máxima (desv. pad.):

Cota	
Mínima	
Nominal	
Máxima	
Méd.	
Mín.	
Máx.	
Ampl.	
Desv. pad.	
Moda	

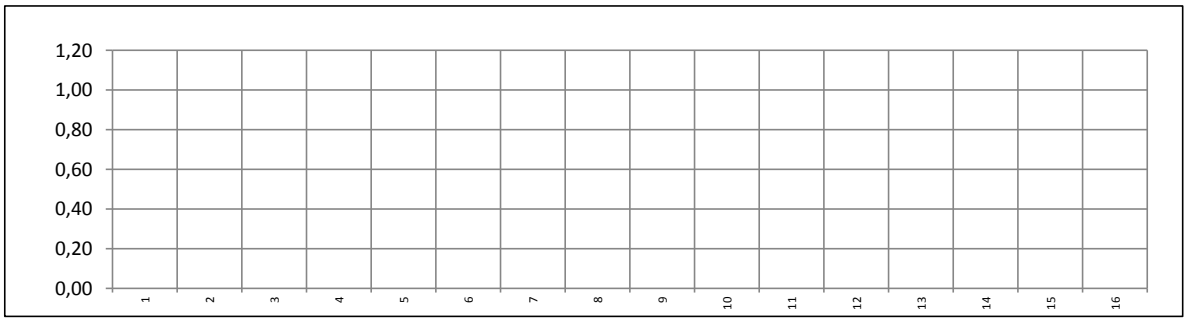

Mínima (desv. pad.):	Máxima (desv. pad.):

Parâmetros de injeção

Injeção	
Tempo	1,65 s
Posição	NA
Pressão	70 bar
Velocidade	36 mm/s
Colchão de massa	87 mm(Defeito na Rosca)

Temperatura da máquina						
0,6	240°C	235°C	225°C	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Ciclo de injeção:	17,90 s

Recalque		
Pressão	Mín.:	20 bar
	Máx.:	40 bar
Tempo	1,5 s	

Temperatura do molde					
Bicos	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
Manifold	NA	NA			

Volume da dosagem	115 mm
Contra-pressão	0,5 bar

Observações gerais e conclusão