# INTELLIPRINT PREPRESS SUITE | HOJA TÉCNICA DE CONTROL DE CALIDAD

## Tira de Control Normalizada FOGRA / ISO 12647-2 y Balance de Grises Espectrofotométrico

Centros de Referencia: CPIFP Salesianos Urnieta LHIPI · CIFP Mendizabala LHII · Eusko Jaurlaritza (Educación)

### 1. TIRA NORMALIZADA EN TAMAÑO DE PRODUCCIÓN (ESCALA 1:1 - slug / cabecera de pliego)

Diseñada en espacio nativo /DeviceCMYK sin compresión ni conversiones RGB intermedias.

### 2. VISTA MACRO DIDÁCTICA Y PARCHES CRÍTICOS (Ampliación para lectura en mesa de control)

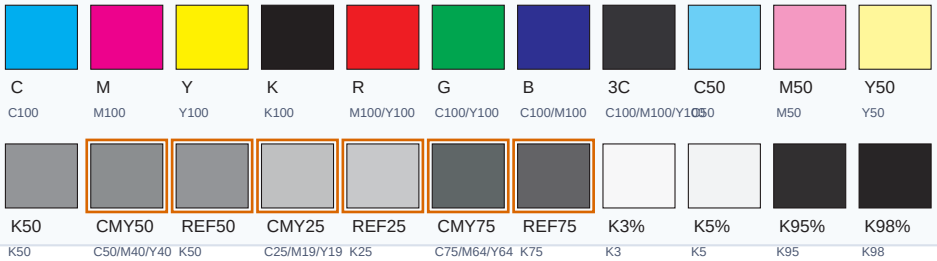


### A. BALANCE DE GRISES (ISO 12647-2)

· Objetivo: Detectar desviaciones cromáticas (color cast) en máquina.
· Parche Crítico Medios Tonos: CMY50 (C50% M40% Y40%) frente a REF50 (K50%).
· En condiciones ideales de equilibrio químico agua-tinta, ambos parches deben verse con idéntica neutralidad y densidad visual.
· Si CMY50 vira a magenta o cian, el maquinista debe corregir el caudal del tintero del color desviado antes de alterar el negro acromático.
· Tolerancia ISO: Desviación cromática Delta Ch <= 3.5 en medios tonos.

### B. SÓLIDOS (Dmax) Y GANANCIA DE PUNTO

· Sólidos 100% (C, M, Y, K): Verifican la densidad máxima óptica (Dmax).
Valores estándar papel estucado tipo 1/2: C: 1.55, M: 1.50, Y: 1.40, K: 1.85.
· Medios tonos 50% (C50, M50, Y50, K50): Miden la ganancia de punto (TVI).
- Curvas de calibración ISO 12647-2 (Curva A/B): TVI nominal = 14% a 16%.
· Altas luces (3%, 5%): Controlan que el punto mínimo de trama no se queme ni se pierda en el procesado de plancha CTP.
· Sombras (95%, 98%): Aseguran que los fondos densos no empasten.

### C. TRAPPING Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO

· Sobreimpresiones (Rojo = M+Y, Verde = C+Y, Azul = C+M, 3C = C+M+Y):
- Evalúan la aceptación de tinta sobre tinta húmeda (Fórmula Preucil/Brunner).
- Trapping óptimo offset: > 75% en bicolores para evitar colores lavados.
· Vernier Slur & Doubling (Arrastre y Doblado):
- Líneas verticales (0.25 pt): Detectan vibraciones y holguras axiales de engranaje.
- Líneas horizontales: Revelan patinado de papel por exceso de presión cilindro-ma
- Si la trama se engruesa en una dirección, existe desajuste mecánico de prensa.