

晶体对称性即可预测非常规磁性

Zi Yin Song^{1,2}, Zhong Fang^{1,2}, Chen Fang^{1*}, Hongming Weng^{1*}

¹ 中国科学院物理研究所, 北京凝聚态物理国家研究中心, 北京 100190

² 中国科学院大学, 北京 100049

³ 中国科学院凝聚态物理数据中心, 北京 100190

* 通讯作者: cfang@iphy.ac.cn, hmweng@iphy.ac.cn

摘要

非常规补偿磁体同时具备两件事: 净磁化为零, 以及随动量变化的自旋极化。但要认定这样一份材料, 通常得先知道它的磁有序是什么。我们证明, 晶体对称性在磁基态尚未确定之前就能把非常规磁性约束住。做法是从一份非磁性晶体结构出发、指定磁性子晶格, 生成一切与之相容的补偿磁有序, 再借助自旋空间群对称性给它们的自旋纹理分类。据此可以找出这样一类材料: 在给定搜索空间内, 或者在限定磁胞尺寸之后, 其生成的候选无一例外都是非常规的。以实验结构为基准, 被优先排在前面的材料里有 68% 是非常规磁体, 其余材料中这一比例只有 9%。对整个 Materials Project 加以筛选, 得到数千种值得关注的非常规补偿磁体候选。针对 VGe_3 与四方相 Fe_2SiO_4 的第一性原理计算, 把这类对称性预言同相互竞争的磁有序的能量高低与自旋纹理接上了线。在 VGe_3 中, 一个非共面候选允许沿固定轴出现混合波自旋极化, 其中对动量反转为奇与为偶的两部分并存, 且无需自旋-轨道耦合。有了这套框架, 寻找非常规补偿磁体就可以以晶体学信息为线索展开, 而不必先把磁基态确定下来。

净磁化为零, 并不意味着电子结构自旋简并。非常规补偿磁体——交替磁体 [1], [2] 与 p 波磁体 [3], [4] 都在其列——即便没有自旋-轨道耦合, 也能呈现随动量变化的自旋极化 [5], [6], [7]。这类自旋纹理为自旋极化输运 [4], [8] 与非常规霍尔响应 [9], [10] 打开了通道。可要认定这样一份材料, 通常得从已知的磁结构起步: 局域磁矩怎样排列, 决定了哪些对称性在约束电子的自旋纹理。

完整磁结构的实验测定代价很高, 已有磁结构的材料远少于已有晶体结构的材料。这一落差限制了以既有磁有序为基础的搜索, 也把一大批结构早已表征的材料留在待探之列。不过, 判断一种材料在磁性上属于哪一大类, 未必需要先找出它究竟采取哪一种磁有序。那么, 在磁有序尚未确定之前, 晶体对称性能否就已约束住它是否非常规?

我们通过“一批候选磁有序共同具备的性质”来回答这个问题。自旋空间群 (SSG) 对称性在实空间与自旋空间中同时做变换, 由此把实空间的磁构型同倒空间的自旋纹理联系起来 [11], [12], [13]。给定一份非磁性晶体结构和一条指定的磁性子晶格, 我们在界定的搜索空间内生成一切与之相容的补偿磁有序, 再给它们的自旋纹理分类。只要候选个个都是非常规的, 这种非常规性就不取决于系综内部谁在能量上胜出。对不同的磁胞尺寸重复这一判据, 晶体学对非常规磁性的约束就分出强弱层级。


与实验已确定磁结构的材料相对照, 按这一层级排在优先位置的材料中, 非常规磁体所占比例明显更高。把同一框架用于 Materials Project, 则识别出数千种值得关注的非常规补偿磁体候选。针对 VGe_3 与四方相 Fe_2SiO_4 的第一性原理研究, 把这些预言落到了相互竞争的磁有序的能量与自旋纹理上。 VGe_3 的一个非共面候选还演示了混合波自旋极化: 沿同一根自旋轴, 对动量反转为偶与为奇的两部分同时存在, 而这一切都不需要自旋-轨道耦合。

对称性如何给出预言

框架的输入是一份非磁性晶体结构加一条指定的磁性子晶格。我们只考虑一种磁性元素占据单一 Wyckoff 位 (一整套对称性等价的位置), 并保留磁胞指标 $I_k \leq 4$ 的候选; 这里 I_k 衡量磁性原胞相对晶体学原胞放大多少倍。每个候选 SSG 的空间投影都完整保持母体晶体学对称性。这几条共同划定了搜索空间。

对每一份母结构, 我们枚举相容的 SSG [14], [15], [16], 并在指定子晶格上构造它们的磁构型 (图 1a)。SSG 操作同时约束两件事: 对称性相关位点上磁矩的排布, 以及随之而来的倒空间自旋纹理。我们只保留净磁化为零、且完整磁对称性与目标 SSG 吻合的构型。于是每种材料都给出一个由相容补偿候选组成的系综, 细节见补充材料第 5 节。

a From crystal structure to ensemble prediction

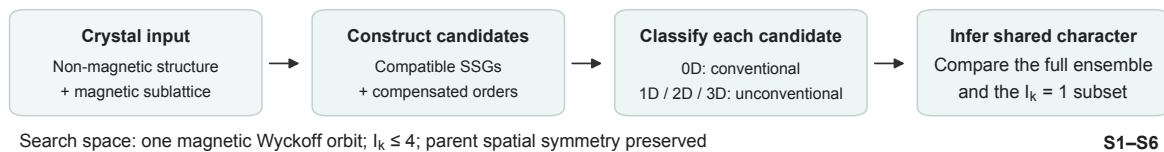

b VGe_3 : three candidates, one shared magnetic character

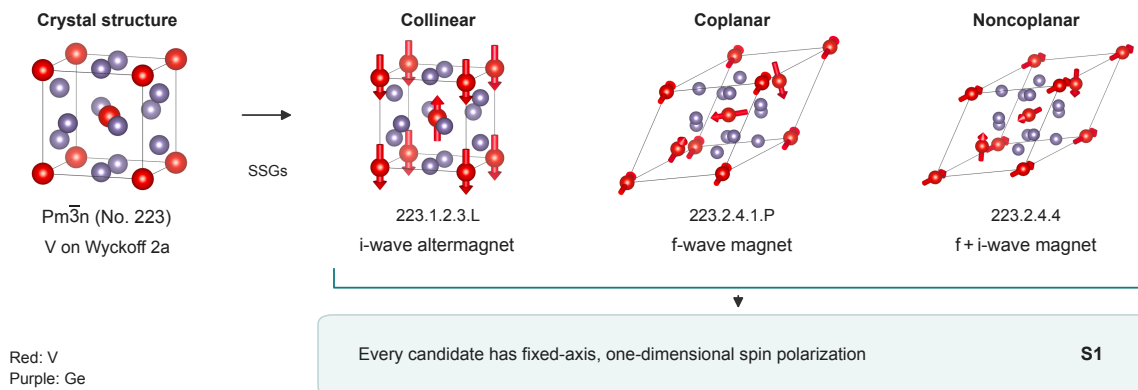


图1 基于晶体对称性的非常规补偿磁性预言。**a**，一份非磁性晶体结构与它的磁性子晶格，在所选的对称性搜索空间内确定了相容的自旋空间群与补偿磁构型；每个候选按其倒空间自旋纹理的维度分类。候选系综共同具备的性质——在有磁胞信息时还包括子集的性质——决定了材料层面的S1-S6分类。**b**， VGe_3 是S1类的例子：它的共线i波、共面f波与非共面f+i波三种候选都容许沿一根固定轴的自旋极化。红、紫两色球分别表示V与Ge；箭头为磁矩。

每个候选都从实空间与倒空间两侧刻画。实空间磁构型分为共线、共面与非共面三类；其对称性允许的自旋纹理则分为零、一、二、三维 [17], [18], [19]。零维纹理对应常规补偿磁态，有限维纹理即本文分类下的非常规磁性。

对一维的自旋极化纹理，极化沿一根固定的自旋空间轴取向；其标量部分对动量的依赖，按对称性允许的最低阶多项式基函数分类 [17], [20]。守恒的超自旋分量 [21]，正是把极化轴钉住的那个自旋平移对称性的归一化算符表示；这份保护并不要求 ΘT_r 成立（补充材料第4节）。由此得到的波对称性可以为奇（p波、f波）、为偶（d波、g波），或者两者混合。混合波态里，奇、偶两部分沿同一根极化轴各自贡献，它们的最低允许阶数拼成一个相加式记号，例如 p+d 波，而两者的振幅随材料而变。共线自旋-轨道磁体与非共面 CrSe 中已经研究过相关的自旋劈裂与输运现象 [22], [23], [24]。这里的要点是：非共面磁序提供了一条现成的路径，SSG 对称性钉住极化轴，同时容许奇、偶两种动量依赖并存。其对称性来源与一个材料实例见补充材料第10节。

在选定的自旋坐标系下，高维纹理的不同分量可以各取不同的波对称性，即所谓杂化波 [18], [25], [26]。各分量的基函数须满足完整的矢量对称性约束，见补充材料第3节。

我们按候选系综选择性的强弱把材料分成S1-S6六类。S1: $I_k \leq 4$ 的候选全部是一维自旋极化态。S2: 候选个个非常规，但也可能出现高维纹理。落在S1、S2之外的材料里，S3与S4的完整系综是混合的，只是S3的 $I_k = 1$ 子集清一色自旋极化、S4的 $I_k = 1$ 子集清一色非常规；这两类的选择性，以“磁有序不放大晶体学原胞”这条额外信息为前提。S5同时保留常规与非常规两种可能，S6只有常规候选。形式定义见补充材料第6节。这些类别陈述的是指定候选空间内的对称性约束，而非统计概率。

实验结构检验了预言

我们以 MAGNDATA [27], [28] 为基准，其中收录的是实验精修得到的磁结构。每个条目的处理方式是：撤掉实验给出的自旋构型，只凭非磁性的晶体学结构与磁性子晶格信息重新生成候选；再按自旋纹理维度独立地给实验SSG归类，看系综能否预言该条目在磁性上属于哪一类。

结构筛选之后，862条净磁矩为零的反铁磁条目至少容许一个相容候选，筛选统计与被剔除的情况见补充材料第7节。这些生成的系综中，571条包含实验报告的SSG。实验磁胞指标 $I_k = 1$ 的380条里，348条的系综含有所报告的SSG，占91.58%。可见搜索空间确实覆盖了大量实验上真实存在的磁有序，尽管精确复原具体结构并不是这套方法的首要目标。

基准还检验系综的选择性是否跟得上实验态的磁性。5个S1材料中，3个的实验态为自旋极化。S2的52个材料里43个非常规；S6的45个里43个常规。以磁胞尺寸为条件的那两类呈现同样的分离：128个

S3 材料有 64 个自旋极化, 93 个 S4 材料有 70 个非常规。混合类 S5 中, 539 个材料有 490 个常规。这些结果支持“按选择性排优先级”的用法; 而对错的那些条目也提醒人, 一旦超出假定的搜索空间, 系综预言并不保证与实验一致。

知道磁胞尺寸能把检验进一步收紧, 而不需要完整的自旋构型。在实验 $I_k = 1$ 的基准条目中, 我们找到 161 条, 其生成的 $I_k = 1$ 候选全部非常规; 这 161 条的实验态也全部非常规。可见即便隐去磁有序的具体细节, 仅凭晶体学信息与磁胞尺寸, 就能在这套基准里认出非常规磁性。

大规模筛出非常规磁体

接着把框架用于 Materials Project [29], [30]: 那里有大量化合物只给了晶体学结构, 实验磁有序普遍阙如。58,996 条磁性条目中, 23,428 条满足结构条件、且至少容许一个 $I_k \leq 4$ 的补偿候选, 合计生成 825,243 个相容磁候选 (补充材料第 8 节)。

保留下来的材料中, 1,769 个属于 S1 或 S2, 即在完整的 $I_k \leq 4$ 系综里每个候选都是非常规的; 其中 533 个的候选清一色自旋极化。把候选空间限制到 $I_k = 1$, 可再挑出 6,248 个只有非常规候选的材料, 其中 3,345 个只有自旋极化候选。相比之下, 14,329 个材料落在混合的 S5, 2,537 个落在只有常规候选的 S6。这一搜索由此把非常规特征受强约束的材料, 与仍留有常规可能的材料区分开来。

SSG 对称性适用的前提是弱自旋-轨道耦合区间 [13]。为突出适合这一区间的材料, 配套仓库另给出一份完整目录, 收录满足轻元素组成过滤的 S1-S4 条目 (补充材料第 8 节)。

筛出的这些系综可以直接成为衍射、谱学与第一性原理计算的对象。它们的预言价值在于: 相关搜索空间内所有候选共同具备的性质, 可以在细致表征磁有序之前就先知道。能量计算随后负责在系综内部排优先级, 下面两个材料实例正是这种分工。

从对称性筛出的系综到电子结构

S1 与 S2 两类在不同层面上约束磁性, VGe_3 与四方相 Fe_2SiO_4 分别是一例 (图 2)。 VGe_3 的系综很小, 却把三种彼此不同的实空间磁几何都导向同一维自旋极化。 Fe_2SiO_4 的系综更大, 一维与高维纹理兼而有之, 于是能量计算可以在一整套个个非常规的候选中挑出某一个具体态。

VGe_3 (mp-672337) 的母结构空间群为 $\text{Pm } \bar{3} n$ (第 223 号), V 占据一整套对称等价的 Wyckoff 位置。 $I_k \leq 4$ 的搜索只给出三个补偿候选: 共线 i 波 交替磁体, SSG 223.1.2.3.L [$\text{P}^{1,1,1} \text{m}^1 \bar{3}^1 n^1 (C_i^I)$], $I_k = 1$; 以及两个 $I_k = 2$ 的态, 共面 f 波 磁体 223.2.4.1.P [$\text{P}^{2,2,2} \text{m}^m \bar{3}^m n^4 (C_{4v}^{II})$] 与非共面 f+i 波 磁体 223.2.4.4 [$\text{P}^{2,2,2} \text{m}^m \bar{3}^m n^{\bar{4}-1} (D_{2d}^{III})$]。国际记号遵循 IRSSG 约定 [31]。三者的倒空间自旋纹理都是一维, 因此不论它们在这一搜索空间内的能量次序如何, 该材料都归入 S1。

第一性原理计算给出的结果是: 共面 f 波 解低于共线 i 波 态, 而非共面初值出发、不加约束的自洽计算会演化到共面解 (补充材料第 9 节)。三者的能带把它们在电子结构上的差别显示出来 (图 2 b-d)。共线态在两个守恒自旋通道之间劈裂; 共面态则沿一根固定轴给出非量子化、随动量变化的自旋投影 [21]。在所画的路径上, 受约束的非共面构型把两个极限的特征合到了一起: 它在 $R-\Gamma$ 上保留了 f 波 极化, 又在 $X-M$ 上发展出额外的自旋极化劈裂, 而共面态在这一段的极化被对称性强制为零。于是混合波态把交替磁态与共面态各自的动量依赖特征收在一处, 同时保持一维自旋极化。

动量空间里的符号图样同样反映了这一联系 (图 2 a)。奇性 f 波 分量与偶性 i 波 分量贡献于同一个标量极化, 两者叠加的图样一般没有确定的宇称。它们的节面若都过 Γ 点, 交线仍是精确的节线, 由 SSG 操作保护。连续性还要求异号区域之间存在极化为零的边界, 这些边界一般构成节面 [32]。随着两个分量的相对贡献改变, 节面可以弯曲, 而对称性保护的节线位置不动。混合波态中的节线与节面见补充材料第 10 节。

四方相 Fe_2SiO_4 (mp-18816), 母空间群 $\text{I } \frac{4_1}{amd}$ (第 141 号), 把这一图像扩展到更大的 S2 系综。它的 15 个候选由一个 d 波 交替磁体、一个二维纹理、一个三维纹理, 以及六对“共面奇波 + 非共面混合波”构成。每一对的构造方式相同: 把 d 波 交替磁体的交错磁矩图案垂直加到共面自旋平面上, 就得到对应的混合波候选, 其中五对把 p 波 接到 p+d 波, 一对把 f 波 接到 f+d 波。这种成对重复, 正是 VGe_3 所展示的那层关系在更丰富的磁构型集合上的延伸。能量比较指出共面 f 波 态 141.2.4.3.P [$\text{I}^{2,2,2} \frac{4_1^m}{amd} \text{m}^m d^{4-1} (C_{4v}^{II})$] 能量最低 (图 2 e), 也就是从一个兼含高维纹理的系综里选出了一个自旋极化态。

这两个例子说明对称性与能量各自管什么。候选系综在磁有序未知时就已定下共同的非常规性质; 能量比较则在系综内部挑出能量上占优的具体构型, 并给出它对应的电子结构特征。

综合起来, 这些结果给出一条路径: 只凭晶体学信息, 在磁有序尚未确定之前就能预言非常规磁性。可预言的内容, 藏在相容候选系综共同具备的性质里, 于是无需先锁定唯一的磁基态就能给材料排优先级。这种来自对称性的选择性, 为后续的微观能量计算 [33], [34] 与实验表征提供了一个聚焦的起点。把搜索推

广到更大的磁胞、相对母体晶体空间对称性降低的磁有序，以及多条磁性 Wyckoff 轨道，可以进一步扩大可及的材料空间。候选系综这套做法，把唾手可得的晶体学信息变成了寻找非常规补偿磁体的实用指南。

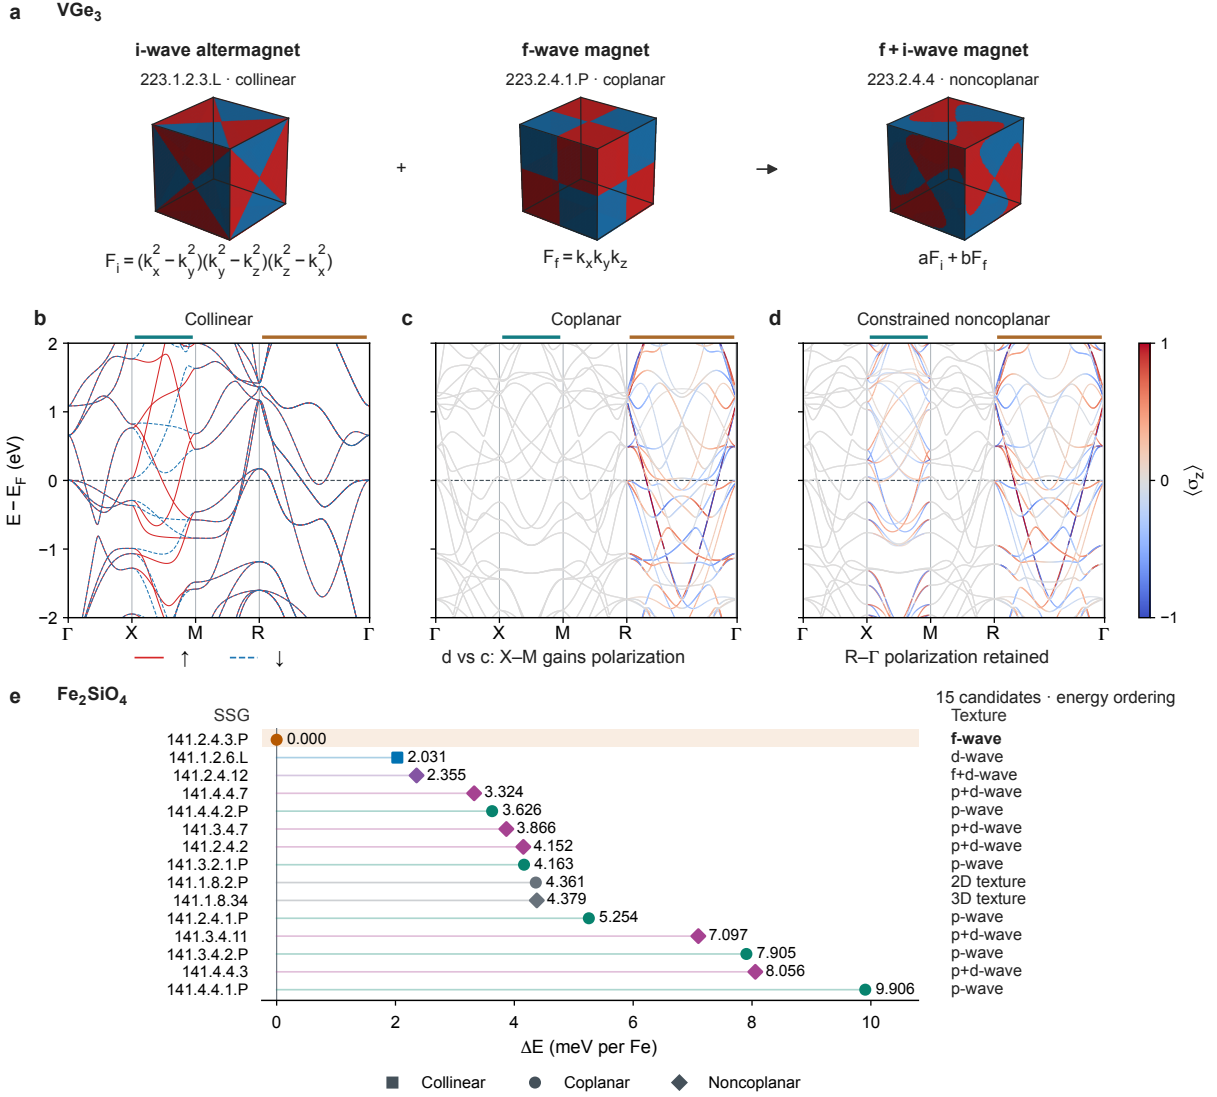


图2 VGe_3 与 Fe_2SiO_4 中由对称性选出的磁态。**a**, VGe_3 三个候选的倒空间基函数：共线 i 波 交替磁体 (SSG 223.1.2.3.L)、共面 f 波 磁体 (223.2.4.1.P) 与非共面 f+i 波 磁体 (223.2.4.4)。红、蓝在两幅图共用的同一动量空间立方体上表示正、负。组合 $aF_i(k) + bF_f(k)$ 说明偶性 i 波 分量与奇性 f 波 分量可按对称性同时存在；相对系数只作示意。**b–d**，相应的 DFT+ U 能带 ($U = 3$ eV)，不含自旋–轨道耦合，沿各磁胞中表示的同一条物理动量路径绘制。**b** 分开画出两个自旋通道；**c** 与 **d** 按投影自旋极化 $\langle \sigma_z \rangle$ 着色，取值在近简并子空间内平均。**d** 用的是受约束的非共面构型，它相对共面态倾斜约 10° 。青色与赭色短条分别标出 $X-M$ 与 $R-\Gamma$ 区间，用以对照 **d** 相对 **c** 多出的极化与保留的极化。**e**， Fe_2SiO_4 全部 15 个候选的相对 DFT+ U 能量 ($U = 4$ eV)，按能量排序，以每个 Fe 原子归一，并以能量最低的候选——共面 f 波 态，SSG 141.2.4.3.P (底纹行)——为参考零点。颜色表示由对称性得到的纹理类型；方块、圆点、菱形分别表示共线、共面与非共面磁构型。计算细节见补充材料第 11 节。SSG 的数字标签与国际记号的对照见补充材料表 (S1)。

方法

构造与对称性相容的磁候选

输入是一份已标准化的晶体结构，空间群为 G ，其中一种磁性元素占据单一一对称等价的 Wyckoff 轨道。我们挑选满足三条条件的候选 SSG：空间投影等于 G ；磁胞指标 $I_k \leq 4$ ；自旋空间对称性禁止净磁化。最后一条的意思是，不存在在任何自旋部分下都不变的非零矢量。这几条界定了搜索空间，包括磁胞尺寸的截断，以及完整保持晶体学空间对称性这一要求。

对每个候选，我们构造磁胞，并在磁性轨道上取一个参考位点 r_0 。位上操作 $\{U_\alpha \parallel R_\alpha \mid \tau_\alpha\}$ 在相差一个磁格平移的意义下保持该位点不变。参考磁矩 m_0 的允许取值须满足

$$U_\alpha m_0 = m_0 \quad (1)$$

对每一条位上操作都成立。允许子空间由堆叠矩阵 $U_\alpha - I_3$ 的零空间给出，这里 I_3 为单位矩阵。若该子空间维数不为零，非零磁矩不存在，候选即被排除。否则在允许子空间中取一个归一化代表元；基矢量多于一个时，用一般线性组合。

其余位点上的磁矩由 SSG 操作作用于参考位点与参考磁矩得到：

$$\mathbf{r}_i = R_\alpha \mathbf{r}_0 + \boldsymbol{\tau}_\alpha \pmod{\text{磁格平移}}, \quad \mathbf{m}_i = U_\alpha \mathbf{m}_0. \quad (2)$$

由于这些磁性位点构成一条对称轨道，仅需一个参考磁矩，就定出了它们之间磁矩的相对方向与相等的幅值。

随后我们求出所生成构型的对称操作，并把它的母空间群、操作数目与实空间自旋维数和目标逐一比对。目标操作在构造时已经强加，这一步是为了剔除偶然带有额外对称性的代表元。只有通过这一校验的构型才进入候选系综。完整的构造流程与材料层面的归并见补充材料第 5、6 节。

倒空间自旋纹理的分类

我们按每个保留的 SSG 在一般动量处容许的自旋极化对其分类。对操作 $g = \{U \parallel R \mid \boldsymbol{\tau}\}$ ，直角动量坐标下的对称性约束为

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = U \mathbf{S}[\det(U) R^{-1} \mathbf{k}]. \quad (3)$$

这里 U 作用于自旋空间， R 是空间点操作。因子 $\det(U) = -1$ 为反酉操作补上额外的动量反转；酉操作对应 $\det(U) = +1$ 。平移 $\boldsymbol{\tau}$ 在这条关系式中不因自旋期望值而动量平移。

那些保持一般 $\mathbf{k}$ 不变的操作给出 $U_\alpha \mathbf{S}(\mathbf{k}) = \mathbf{S}(\mathbf{k})$ 。我们计算它们的公共不变子空间及其维数：

$$V_k = \bigcap_{\alpha} \text{Fix}(U_\alpha), \quad d = \dim V_k \in \{0, 1, 2, 3\}. \quad (4)$$

$d = 0$ 的态归为常规补偿磁体， $d > 0$ 的归为非常规。 $d = 1$ 时极化具有 $\mathbf{S}(\mathbf{k}) = s(\mathbf{k}) \hat{n}$ 的形式，自旋空间轴 $\hat{n}$ 固定； $d = 2$ 或 3 时，极化可以落在一个平面内或整个自旋空间中。这些维数说的是对称性允许的 subspace，并不要求每个动量点上极化都非零。

对一维纹理，我们分别在动量奇、偶宇称扇区里求解齐次多项式约束，两者各自允许的最低阶数决定波的记号；非共面的一维自旋分类把多项式做到九阶。两个扇区都允许时，按奇在前、偶在后的顺序把首阶记号并写，例如 $f + i$ ，表示混合波对称性。这一记号描述的是同一个标量极化所允许的基函数，其振幅则由电子结构决定。基函数与分类细节见补充材料第 3 节。分类对每个 SSG 只算一次，凡实现该对称性的材料候选都沿用这一结果。

第一性原理计算

电子结构计算使用 VASP [35]、投影缀加平面波方法 [36], [37] 与 Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) 交换关联泛函 [38]。过渡金属 $3d$ 关联用旋转不变 DFT+ U 方法 [39] 处理，取 $J = 0$ ， U 取下文给出的材料特定值。不含自旋–轨道耦合，以便考察 SSG 对称性所描述的非相对论态。所有计算固定晶格矢量与原子坐标，同一材料内部的能量比较使用相同的 PAW 数据集。两种材料都用高斯展宽， $\sigma = 0.05$ eV。VGe₃。计算对 V 的 $3d$ 态取 $U = 3$ eV，平面波截断 500 eV，电子自洽收敛阈值 10^{-6} – 10^{-7} eV。自洽计算在相应磁胞中用 Γ 心 $9 \times 9 \times 9$ 网格。223.1.2.3.L 候选按共线自旋极化处理，223.2.4.1.P 与 223.2.4.4 两个候选用非共面计算。为便于能量比较， $I_k = 1$ 的共线图案另外放进一个加倍的 16 原子胞中，与 $I_k = 2$ 的候选对齐。相对能量由 $E_{\sigma \rightarrow 0}$ 得到，并按每个化学式单位归一。

能带由相应自洽电荷密度做非自洽计算得到，能量以各自的费米能为参考。共线能带用 8 原子胞，共面与受约束非共面能带用 16 原子胞。我们在各自的倒格基下表示同一条物理动量路径，不做能带回折。共线能带分开两个自旋通道；图 2 中的非共线能带按 $\langle \sigma_z \rangle$ 着色，同一动量上能量相差 1 meV 以内的态归为一组，每组的着色取该组 PROCAR 自旋- z 投影之和除以其电荷权重之和。

受约束非共面计算从共面电荷密度出发，把 V 的磁矩朝非共面方向倾转约 10° 。局域磁矩方向用 I_CONSTRAINED_M=1 与 LAMBDA=10 约束，幅值自由。这一计算用来考察非共面情形的电子结构，不参与无约束的能量比较。初始磁矩图案、能量比较与动量路径的约定记录在补充材料第 9 节。

四方相 Fe₂SiO₄。15 个由对称性生成的候选用静态、无约束的非共面 PBE+ U 计算筛查，Fe 的 $3d$ 态取 $U = 4$ eV，截断 600 eV。 $I_k = 1$ 与 2 的候选共用一个 28 原子胞，配 Γ 心 $9 \times 9 \times 6$ 网格； $I_k = 3$ 与 4 的候选分别用 42 与 56 原子胞，网格为 $9 \times 9 \times 4$ 与 $9 \times 9 \times 3$ 。最终电子步的能量变化低于每个 Fe 原子 10^{-5} eV。能量 $E_{\sigma \rightarrow 0}$ 按每个 Fe 原子归一，以能量最低的候选——共面 f 波态——为参考。候选构型与相对能量见补充材料第 11 节。

代码可用性

代码、Materials Project 材料目录以及第一性原理计算的输入文件都在 MatElab 平台公开：<https://eln.iphy.ac.cn/eln/link.html#/208/unconv>。

致谢

本工作得到国家自然科学基金委科学中心(批准号 12188101、12325404)、国家重点研发计划(批准号 2022YFA1403800、2023YFA1607400、2024YFA1408400、2023YFA1406704)、国家自然科学基金(批准号 12274436、12547112)、中国科学院战略性先导科技专项(B类)(批准号 XDB1720000)的资助; H. W. 另获新基石科学基金会探索者奖(XPLORER PRIZE)资助。

数据治理在 MatElab 平台上完成, 该平台由中国科学院凝聚态物理数据中心研发。

参考文献

- [1] L. Šmejkal, J. Sinova, 和 T. Jungwirth, 《Beyond Conventional Ferromagnetism and Antiferromagnetism: A Phase with Nonrelativistic Spin and Crystal Rotation Symmetry》, Phys. Rev. X, 卷 12, 期 3, 页 31042, 2022, doi: 10.1103/PhysRevX.12.031042.
- [2] L. Šmejkal, J. Sinova, 和 T. Jungwirth, 《Emerging Research Landscape of Altermagnetism》, Phys. Rev. X, 卷 12, 期 4, 页 40501, 2022, doi: 10.1103/PhysRevX.12.040501.
- [3] A. B. Hellenes, T. Jungwirth, R. Jaeschke-Ubiergo, A. Chakraborty, J. Sinova, 和 L. Šmejkal, 《P-wave magnets》. [在线]. 载于: <https://arxiv.org/abs/2309.01607>
- [4] P. Brekke Bjand Sukhachov, A. Giil Hans Gland Brataas, 和 J. Linder, 《Minimal Models and Transport Properties of Unconventional p-Wave Magnets》, Phys. Rev. Lett., 卷 133, 期 23, 页 236703, 2024, doi: 10.1103/PhysRevLett.133.236703.
- [5] Y. Noda, K. Ohno, 和 S. Nakamura, 《Momentum-dependent band spin splitting in semiconducting MnO₂: a density functional calculation》, Phys. Chem. Chem. Phys., 卷 18, 期 19, 页 13294~13303, 2016, doi: 10.1039/C5CP07806G.
- [6] K.-H. Ahn, A. Hariki, K.-W. Lee, 和 J. Kunes, 《Antiferromagnetism in RuO₂ as d-wave Pomeranchuk instability》, Phys. Rev. B, 卷 99, 期 18, 页 184432, 2019, doi: 10.1103/PhysRevB.99.184432.
- [7] L.-D. Yuan, Z. Wang, J.-W. Luo, E. I. Rashba, 和 A. Zunger, 《Giant momentum-dependent spin splitting in centrosymmetric low-Z antiferromagnets》, Phys. Rev. B, 卷 102, 期 1, 页 14422, 2020, doi: 10.1103/PhysRevB.102.014422.
- [8] A. Chakraborty, A. Birk Hellenes, R. Jaeschke-Ubiergo, T. Jungwirth, L., 和 J. Sinova, 《Highly efficient non-relativistic Edelstein effect in nodal p-wave magnets》, Nature Communications, 卷 16, 期 1, 页 7270, 2025, doi: 10.1038/s41467-025-62516-0.
- [9] L. Šmejkal, R. González-Hernández, T. Jungwirth, 和 J. Sinova, 《Crystal time-reversal symmetry breaking and spontaneous Hall effect in collinear antiferromagnets》, Science Advances, 卷 6, 期 23, 页 eaaz8809, 2020, doi: 10.1126/sciadv.aaz8809.
- [10] Z. Liu, M. Wei, W. Peng, D. Hou, Y. Gao, 和 Q. Niu, 《Multipolar Anisotropy in Anomalous Hall Effect from Spin-Group Symmetry Breaking》, Phys. Rev. X, 卷 15, 期 3, 页 31006, 2025, doi: 10.1103/PhysRevX.15.031006.
- [11] W. F. Brinkman 和 R. J. Elliott, 《Theory of Spin-Space Groups》, Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 卷 294, 期 1438, 页 343~358, 1966, [在线]. 载于: <https://www.jstor.org/stable/2415409>
- [12] D. Litvin 和 W. Opechowski, 《Spin groups》, Physica, 卷 76, 期 3, 页 538~554, 1974, doi: 10.1016/0031-8914(74)90157-8.
- [13] P. Liu, J. Li, J. Han, X. Wan, 和 Q. Liu, 《Spin-Group Symmetry in Magnetic Materials with Negligible Spin-Orbit Coupling》, Phys. Rev. X, 卷 12, 期 2, 页 21016, 2022, doi: 10.1103/PhysRevX.12.021016.
- [14] Z. Xiao, J. Zhao, Y. Li, R. Shindou, 和 Z.-D. Song, 《Spin Space Groups: Full Classification and Applications》, Phys. Rev. X, 卷 14, 期 3, 页 31037, 2024, doi: 10.1103/PhysRevX.14.031037.
- [15] Y. Jiang 等, 《Enumeration of Spin-Space Groups: Toward a Complete Description of Symmetries of Magnetic Orders》, Phys. Rev. X, 卷 14, 期 3, 页 31039, 2024, doi: 10.1103/PhysRevX.14.031039.
- [16] X. Chen 等, 《Enumeration and Representation Theory of Spin Space Groups》, Phys. Rev. X, 卷 14, 期 3, 页 31038, 2024, doi: 10.1103/PhysRevX.14.031038.

- [17] Z. Song, Z. Qi, C. Fang, Z. Fang, 和 H. Weng, 《Unified Symmetry Classification of Magnetic Orders via Spin Space Groups: Prediction of Coplanar Even-Wave Phases》, *Phys. Rev. X*, 卷 16, 期 3, 页 31038, 2026, doi: 10.1103/zy7s-j86r.
- [18] X.-J. Luo 等, 《Unconventional Magnetism: Symmetry Classification, Hybrid-parity and Unconstrained-parity Classes》. [在线]. 载于: <https://arxiv.org/abs/2605.21336>
- [19] C. Lange, R. Jaeschke-Ubiergo, A. Mook, 和 J. Sinova, 《Anti-spin Laue groups: classification of anti-altermagnets and their representative minimal models》. [在线]. 载于: <https://arxiv.org/abs/2608.19056>
- [20] X.-J. Luo, J.-X. Hu, M.-L. Hu, 和 K. T. Law, 《Spin Group Symmetry Criteria for Odd-parity Magnets》. [在线]. 载于: <https://arxiv.org/abs/2510.05512>
- [21] H.-Y. Ma, Y. Li, H. Xu, S. Zhang, 和 J.-F. Jia, 《Hyperspin Altermagnets》, *Phys. Rev. Lett.*, 卷 137, 期 11, 页 116704, 2026, doi: 10.1103/dnr2-gv31.
- [22] Z.-Y. Zhuang, J.-X. Hu, S.-B. Zhang, L.-H. Hu, 和 Z. Yan, 《Mixed-Parity Altermagnetism in Collinear Spin-Orbital Magnets》. [在线]. 载于: <https://arxiv.org/abs/2605.05205>
- [23] S. Shen 和 Y. Wang, 《Global magnetic phase diagram and multiple unconventional magnets in NiAs-type compounds》. [在线]. 载于: <https://arxiv.org/abs/2605.28391>
- [24] H. Zhu, J. Li, X. Chen, Y. Yu, 和 Q. Liu, 《Magnetic geometry induced quantum geometry and nonlinear transports》, *Nature Communications*, 卷 16, 页 4882, 2025, doi: 10.1038/s41467-025-60128-2.
- [25] D.-C. Ryu, J.-H. Han, B. Kim, 和 C.-J. Kang, 《Unconventional Mixed-Parity Magnetism in Rare-Earth Tetraborides》. [在线]. 载于: <https://arxiv.org/abs/2607.02117>
- [26] M. Hu, M. I. Iraola, P. McClarty, J. van den Brink, 和 M. G. Vergniory, 《Non-collinear Altermagnetic Phases in the Mott Insulator NiS₂》. [在线]. 载于: <https://arxiv.org/abs/2603.01329>
- [27] S. V. Gallego 等, 《MAGNDATA: towards a database of magnetic structures. I.The commensurate case》, *Journal of Applied Crystallography*, 卷 49, 期 5, 页 1750~1776, 2016, doi: 10.1107/S1600576716012863.
- [28] S. V. Gallego 等, 《MAGNDATA: towards a database of magnetic structures. II. The incommensurate case》, *Journal of Applied Crystallography*, 卷 49, 期 6, 页 1941~1956, 2016, doi: 10.1107/S1600576716015491.
- [29] A. Jain 等, 《Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation》, *APL Materials*, 卷 1, 期 1, 页 11002, 2013, doi: 10.1063/1.4812323.
- [30] M. K. Horton 等, 《Accelerated data-driven materials science with the Materials Project》, *Nature Materials*, 卷 24, 期 10, 页 1522~1532, 2025, doi: 10.1038/s41563-025-02272-0.
- [31] S. Zhang, Z. Song, Z. Fang, H. Weng, 和 Z. Wang, 《IRSSG: An open-source software package for spin space groups》, *Computer Physics Communications*, 卷 326, 页 110190, 2026, doi: 10.1016/j.cpc.2026.110190.
- [32] A. Urru, D. Seleznev, Y. Teng, S. Y. Park, S. E. Reyes-Lillo, 和 K. M. Rabe, 《G-type antiferromagnetic BiFeO₃ is a multiferroic g-wave altermagnet》, *Phys. Rev. B*, 卷 112, 期 10, 页 104411, 2025, doi: 10.1103/v3fg-6smc.
- [33] Y. Li 等, 《Symmetry-guided prediction of magnetic-ordered ground states》, *Physical Review X*, 2026, doi: 10.1103/8ftb-swx9.
- [34] H. Zhou 等, 《Magnetic Structures Database from Symmetry-aided High-Throughput Calculations》. [在线]. 载于: <https://arxiv.org/abs/2601.01617>
- [35] G. Kresse 和 J. Furthmüller, 《Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set》, *Phys. Rev. B*, 卷 54, 期 16, 页 11169~11186, 1996, doi: 10.1103/PhysRevB.54.11169.
- [36] P. E. Blöchl, 《Projector augmented-wave method》, *Phys. Rev. B*, 卷 50, 期 24, 页 17953~17979, 1994, doi: 10.1103/PhysRevB.50.17953.
- [37] G. Kresse 和 D. Joubert, 《From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave method》, *Phys. Rev. B*, 卷 59, 期 3, 页 1758~1775, 1999, doi: 10.1103/PhysRevB.59.1758.

- [38] J. P. Perdew, K. Burke, 和 M. Ernzerhof, 《Generalized Gradient Approximation Made Simple》, Phys. Rev. Lett., 卷 77, 期 18, 页 3865~3868, 1996, doi: 10.1103/PhysRevLett.77.3865.
- [39] S. L. Dudarev, G. A. Botton, S. Y. Savrasov, C. J. Humphreys, 和 A. P. Sutton, 《Electron-energy-loss spectra and the structural stability of nickel oxide: An LSDA+U study》, Phys. Rev. B, 卷 57, 期 3, 页 1505~1509, 1998, doi: 10.1103/PhysRevB.57.1505.
- [40] Z.-M. Wang 等, 《Spin-Orbital Altermagnetism》, Phys. Rev. Lett., 卷 135, 期 17, 页 176705, 2025, doi: 10.1103/cjzw-j4v7.

补充材料

补充内容目录

- 第 1 节 概述与预言问题
- 第 2 节 自旋空间群及其对磁结构的作用
- 第 3 节 由 SSG 对称性给磁有序分类
- 第 4 节 自旋平移对称性与守恒的超自旋分量
- 第 5 节 完整的基于对称性的预言流程
- 第 6 节 材料层面的预言层级
- 第 7 节 与实验测定磁结构的基准比较
- 第 8 节 Materials Project 中的高通量搜索
- 第 9 节 VGe₃ 的第一性原理研究
- 第 10 节 非共面磁序带来的混合波磁性
- 第 11 节 四方相 Fe₂SiO₄ 的能量筛查

1. 概述与预言问题

非常规磁态近来受到的关注增长极快, 因为它把磁性功能拓展到了铁磁与反磁这一传统二分法之外。代表性的例子包括交替磁体、 p 波磁体, 以及更一般的一类补偿磁体: 其自旋纹理随动量变化且非平庸。这类系统的净磁化可以为零, 磁对称性却允许动量空间中出现显著的自旋极化, 进而产生一系列特征性的电子与输运现象, 包括非相对论性自旋劈裂、自旋极化输运、反常霍尔与非线性霍尔响应, 以及拓扑电子态或磁振子态。这些进展极大地拓宽了磁性材料的理论图景。然而在实验上, 非常规磁有序已被确凿证实的材料数目仍然相当有限。

一个主要瓶颈在于磁结构本身的确定。一种材料究竟属于常规还是非常规磁类别, 取决于其磁矩在实空间中的排列方式, 以及所得磁态的对称性。完整磁结构的确定比非磁性晶体结构困难得多: 实验上往往需要磁衍射或其他专用探针、足够大且高质量的样品, 还要对磁传播矢量、磁单胞与磁矩方向做仔细精修。因此, 经过实验精修的磁结构目前只覆盖已知磁性化合物中很小的一部分。相比之下, 不含磁矩信息的晶体结构可以常规测定, 并在实验与计算材料数据库中以大得多的规模获得。

同样的困难也出现在理论一侧。预言材料的磁基态, 通常比测定其非磁晶体结构要求高得多。一个真实材料可以支持许多相互竞争的磁组态, 它们在传播矢量、磁胞尺寸、磁矩方向、共线性与局域磁矩幅度上各不相同。这些组态的相对能量可能敏感地依赖交换-关联泛函、Hubbard 相互作用参数、自旋-轨道耦合、结构弛豫、磁学初始化设置以及计算的其他细节。在存在多个近竞争态的体系里, 不同的计算设置完全可能给出不同的能量排序。

这些考虑促使我们转向另一种预言问题: 不必先确定唯一的磁基态、再判断它是否非常规, 而是问非常规磁特征能否直接从晶体结构所允许的、与对称性相容的磁可能性中推断出来。关键的观察在于, 详细的实空间磁组态与倒空间自旋纹理并不携带相同的信息。不同的实空间磁组态可以属于不同的自旋空间群 (SSG), 却共享同一大类的动量空间自旋极化。特别地, 对称性能够约束一个磁态允许的是常规的零维自旋纹理还是非常规的有限维纹理; 在一维情形下, 还可以借助 p 、 d 、 f 、 g 或 i 波基函数进一步确定自旋极化的对称性特征。

这种倒空间刻画之所以格外要紧, 是因为它与实验可观测的电子性质紧密相连。动量依赖的自旋极化决定了非相对论自旋劈裂的对称性, 并对自旋依赖的电子结构与输运施加很强的约束。因此, 即使磁矩的精确微观排列尚未确定, 它也为刻画非常规磁性提供了一个自然层次。自旋纹理的对称性特征可以同时被若干相互竞争的磁组态共享: 在这类情形中, 详细的磁基态仍可能对微观能量学敏感, 而非常规磁特征已是整个与对称性相容的候选系综共有的性质。

据此, 本工作的策略是在候选系综的层次上预言磁特征, 而不是假定单一磁组态。从无磁晶体结构与给定的磁子晶格出发, 我们在受控的搜索空间内枚举 SSG, 并显式构造相应的零净磁矩磁结构。当前实现考虑的情形是: 一种磁性化学物种占据单一对称等价的晶体学轨道; 磁胞指标 $I_k \leq 4$ 的公度磁结构; 以及

满足母晶体结构所施加的空间对称性条件的候选 SSG。每个保留下来的候选都经过验证，确认总磁矩为零且具有预期的完整 SSG 对称性。

随后同时利用实空间与倒空间信息对每个候选加以分类。实空间组态被标注为共线、共面或非共面；倒空间自旋纹理则按其对称性允许的维数分类。零维纹理认定为常规补偿磁态，有限维纹理归为非常规。一维纹理构成自旋极化的波动型子集，并进一步由对称性基函数刻画。这些候选层次的分类随后在材料层次上汇总，用以量化与对称性相容的整个系综中非常规磁特征被约束的强弱程度。

为检验这种系综层次的信息是否具有实验意义，我们以从 MAGNDATA 收集的磁结构为基准，把对称性生成的候选系综同实验确立的磁态进行对比。同一流程随后以远为更大的规模应用于从 Materials Project 收集的磁性材料——那里普遍缺乏实验磁结构细节——并识别出一大批候选系综受强非常规约束的材料。完整的基准构建、高通量统计与材料分类见后续各节。

2. 自旋空间群及其对磁结构的作用

2.1 自旋空间群对称性

自旋空间群 (SSG) 为描述磁结构提供了一套对称性框架，其中自旋与实空间变换被当作彼此独立的运算处理。普通空间群的对称操作只作用在晶体的空间坐标上；在常规磁空间群 (MSG) 中，轴矢量磁矩的变换与相应的空间操作绑定在一起。而在不存在自旋-轨道耦合时，并没有根本性的要求规定实空间旋转必须伴随同样的自旋空间旋转。自旋与晶格自由度因此可以各自独立变换，由此扩大的对称性正是由 SSG 描述的 [15], [17]。

一般的 SSG 操作写作

$$g = \{U \parallel R \mid \tau\}, \quad (S1)$$

其中 $U \in O(3)$ 作用于自旋空间， $\{R \mid \tau\}$ 则是空间操作，由点操作 $R \in O(3)$ 与平移 τ 组成。本文全程用双竖线 $\parallel$ 分隔自旋空间操作与实空间操作，以明确 U 与 R 一般而言彼此独立。

当 $\det(U) = +1$ 时， U 是正常自旋旋转，对应操作为酉操作。行列式为 -1 的非正常自旋空间操作则被认为含有时间反演，等价地可写作

$$U = \tilde{U}\mathcal{T}, \quad \tilde{U} = \det(U)U \in SO(3), \quad (S2)$$

式中 $\mathcal{T}$ 表示时间反演。这一约定使酉与反酉自旋变换都能统一用 $O(3)$ 中的矩阵表示。

因此，SSG 可示意性地写成

$$\mathcal{G}^S = \cup_i \{U_i \parallel R_i \mid \tau_i\} \mathcal{T}_H, \quad (S3)$$

其中 $\mathcal{T}_H$ 表示与该磁结构相关联的平移子群。诸空间部分 $\{R_i \mid \tau_i\}$ 构成一个空间群 G 。我们把 SSG 这一空间投影称为母空间群 (parent SG)。母 SG 给出了去掉自旋空间部分后在 SSG 中出现的全体空间操作。这一定义对下文发展的预言方案尤为重要：候选磁 SSG 的筛选要求正是其母 SG 与相应非磁晶体结构的空问群重合。除特别说明外，补充材料中 parent SG 一词一律指 SSG 的这一空间投影 G 。

在母 SG G 内，自旋部分平凡的操作

$$H = \{\{E \parallel R \mid \tau\} \in \mathcal{G}^S\} \quad (S4)$$

构成不变子群 $H \triangleleft G$ 。商群

$$Q = \frac{G}{H} \quad (S5)$$

描述各个空间陪集如何与非平凡的自旋空间变换相联系。这一商群构造是系统枚举 SSG 的基础。

另一个重要的子群是纯自旋群

$$S_0 = \{U \mid \{U \parallel E \mid \mathbf{0}\} \in \mathcal{G}^S\}, \quad (S6)$$

其操作只作用于磁矩而不移动原子位置。 S_0 的形式与磁组态的几何密切相关：共线与共面磁结构各自具有特征性的不平凡纯自旋对称性，一般情形的非共面磁结构则没有非平凡的连续纯自旋对称性。这些约束将在下一节用于对实空间与倒空间的磁结构分类。

在弱自旋-轨道耦合极限下，SSG 描述显得尤为自然。此时电子哈密顿量可示意性地写为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r}) + \mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \hat{\mathbf{s}}, \quad (S7)$$

其中 $V(\mathbf{r})$ 为非磁晶势， $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ 表示有序磁背景。式 (S7) 中不含把自旋旋转与晶格旋转锁定在一起的自旋-轨道相互作用，因此该哈密顿量可以具有其相对论性 MSG 描述里所没有的 SSG 对称性。SSG 刻画的始终是磁组态自身的对称性；就电子结构而言，它在非相对论极限下应被视为精确对称性，在自旋-轨道耦合较弱时则是近似对称性。

2.2 SSG 记号与数值标签

材料	候选	SSG 数值标签	国际记号
VGe ₃	01	223.1.2.3.L	$P^{1,1,1} m^1 \bar{3}^1 n^{\bar{1}} (C_i^I)$
	02	223.2.4.1.P	$P^{2,2,2} m^m \bar{3}^m n^4 (C_{\{4v\}}^{II})$
	03	223.2.4.4	$P^{2,2,2} m^m \bar{3}^m n^{\bar{4}^{-1}} (D_{\{2d\}}^{III})$
Fe ₂ SiO ₄	01	141.1.2.6.L	$I^{1,1,1} \frac{4^1}{a^1} m^1 d^{\bar{1}} (C_i^I)$
	02	141.1.8.2.P	$I^{1,1,1} \frac{4^4}{a^2} m^m d^m (C_{\{4v\}}^{II})$
	03	141.1.8.34	$I^{1,1,1} \frac{4^{\bar{1}}}{a^2} m^m d^2 (D_{\{2d\}}^{III})$
	04	141.2.4.1.P	$I^{2,2,2} \frac{4^{\bar{1}}}{a^m} m^1 d^4 (C_{\{4v\}}^{II})$
	05	141.2.4.3.P	$I^{2,2,2} \frac{4^m}{a^m} m^m d^{\bar{4}^{-1}} (C_{\{4v\}}^{II})$
	06	141.2.4.12	$I^{2,2,2} \frac{4^2}{a^m} m^m d^{\bar{4}} (D_{\{2d\}}^{III})$
	07	141.2.4.2	$I^{2,2,2} \frac{4^4}{a^m} m^1 d^{\bar{4}^{-1}} (D_{\{2d\}}^{III})$
	08	141.3.2.1.P	$I^{3,3,3^{-1}} \frac{4^{\bar{3}^{-1}}}{a^m} m^1 d^1 (C_{\{3v\}}^{II})$
	09	141.3.4.2.P	$I^{3,3,3^{-1}} \frac{4^6}{a^m} m^1 d^2 (C_{\{6v\}}^{II})$
	10	141.3.4.11	$I^{3,3,3^{-1}} \frac{4^{\bar{3}^{-1}}}{a^m} m^1 d^{\bar{1}} (D_{\{3d\}}^{III})$
	11	141.3.4.7	$I^{3,3,3^{-1}} \frac{4^6}{a^m} m^1 d^m (D_{\{3h\}}^{III})$
	12	141.4.4.1.P	$I^{4^{-1},4^{-1},4} \frac{4^{\bar{8}^{-1}}}{a^m} m^1 d^{\bar{8}^{-3}} (C_{\{8v\}}^{II})$
	13	141.4.4.2.P	$I^{4,4,4^{-1}} \frac{4^{\bar{8}^{-3}}}{a^m} m^1 d^{\bar{8}^{-1}} (C_{\{8v\}}^{II})$
	14	141.4.4.3	$I^{4^{-1},4^{-1},4} \frac{4^{\bar{8}^3}}{a^m} m^1 d^{\bar{8}} (D_{\{4d\}}^{III})$
	15	141.4.4.7	$I^{4,4,4^{-1}} \frac{4^8}{a^m} m^1 d^{\bar{8}^3} (D_{\{4d\}}^{III})$

表 (S1) VGe₃ 与四方相 Fe₂SiO₄ 由对称性生成的候选体的数值标签与 IRSSG 国际记号 [31]。候选编号沿用 表 (S5) 与 表 (S8)。记号均按数据库标准设置给出。

SSG 的系统枚举需要一种记号，能够区分由同一母 SG 派生、但磁平移子群与自旋空间表示各不相同的群。我们沿用文献 [15] 引入的数值约定，把 SSG 标记为

$$N_{SG} \cdot I_k \cdot I_t \cdot N_{rep}, \quad (S8)$$

共线与共面 SSG 另加后缀 “L” 或 “P”。

第一个数 N_{SG} 是母 SG G (即 SSG 的空间投影) 在国际数表 (International Tables) 中的编号。因此，凡以相同 N_{SG} 开头的 SSG 都共享同一母 SG，尽管其自旋空间操作、磁平移子群与磁组态可以各不相同。

为定义随后的两个指标，记纯晶格不变子群为 $H \triangleleft G$ ；设 T_G 与 T_H 分别为 G 与 H 的平移子群， P_G 与 P_H 为相应的点群。两个指标为

$$I_k = \left| \frac{T_G}{T_H} \right|, \quad I_t = \left| \frac{P_G}{P_H} \right|. \quad (S9)$$

这里 I_k 是 k 指标，衡量磁平移单胞的放大倍数； I_t 是 t 指标，对应纯晶格子群点群部分的缩小。二者共同决定 H 在母 SG G 中的指数：

$$\left| \frac{G}{H} \right| = I_k I_t. \quad (S10)$$

对固定的 N_{SG} 、 I_k 与 I_t ，商群 $Q = \frac{G}{H}$ 可能有多个彼此不等价的实表示各自生成一个 SSG。第四个编号 N_{rep} 就是对这些不等价表示的枚举。对一般的非共面 SSG，它标记一个三维实表示；共线与共面 SSG 相应的一维、二维表示构造则分别以后缀

$$N_{SG} \cdot I_k \cdot I_t \cdot N_{rep} \cdot L \quad (S11)$$

与

$$N_{SG} \cdot I_k \cdot I_t \cdot N_{rep} \cdot P \quad (S12)$$

相区分。一般的非共面 SSG 不加额外后缀。

例如，SSG

$$223.1.2.3.L \quad (S13)$$

的母 SG 为 223, 磁胞指标 $I_k = 1$, t 指标 $I_t = 2$, 对应该指标对下第三个相关的一维表示; 后缀 L 表明这是共线 SSG。类似地,

$$223.2.4.1.P \quad (S14)$$

的母 SG 同为 223 而 $I_k = 2$, 描述一个共面 SSG。高通量计算全程使用这套数值记号, 因为它给出唯一标识, 可与枚举得到的 SSG 数据库直接对接。

表 (S1) 中的国际记号编码的是成对生成元: x^δ 表示 $\{\delta \parallel x\}$, 即空间生成元 x 与自旋操作 δ 配对; 点阵符号上的三个上标则给出与三个标准平移生成元配对的自旋操作 [31]。

2.3 磁胞指标 I_k

在参与 SSG 标记的各个指标中, I_k 在本工作里的作用尤为关键。按式 (S9) 的定义,

$$I_k = \left| \frac{T_G}{T_H} \right|, \quad (S15)$$

其中 T_G 是母 SG 的平移群, T_H 则是其中以纯晶格操作形式出现在 SSG 里的那部分平移构成的子群。物理上, I_k 衡量磁单胞相对晶体学初基胞的体积放大倍数。当

$$I_k = 1 \quad (S16)$$

时, 磁有序不放大平移单胞, 磁结构的传播因而与晶体学平移格子相容。若 $I_k > 1$, 某些晶体学平移会伴随非平凡的自旋空间操作, 不再是磁结构的纯平移; 磁单胞因此被放大, 其体积为晶体学初基胞的 I_k 倍。

例如, 若某个晶体学平移交换两个取向相反的磁子晶格, 这样的反铁磁结构可能有 $I_k = 2$: 相应的平移仍是母 SG G 的成员, 但在完整 SSG 中伴随非平凡自旋操作, 因而不属于 T_H 。

$I_k = 1$ 与 $I_k > 1$ 的区分, 对本文考虑的预言问题特别有用。确定全部磁矩的完整取向一般需要完整的磁结构精修; 而磁有序是否放大晶体学单胞, 往往能更轻易地从磁衍射中附加磁布拉格矢量的有无判断出来。于是即便尚不了解完整磁组态, 只要知道 I_k , 就能大幅压缩与对称性相容的候选空间。

完整的 SSG 枚举包含 I_k 大得多的磁结构, 而本工作的高通量搜索把候选集限制在

$$I_k \leq 4 \quad (S17)$$

以内。这一截断几乎覆盖了本文所考虑的 MAGNDATA 数据集中全部有实验报道的磁结构: 用于构建基准数据集的 1,626 条 MAGNDATA 记录里, 实验报道的 SSG 满足 $I_k > 4$ 的仅有 10 条; 而且绝大多数只涉及极小的磁胞放大——1,626 条中有 1,570 条满足 $I_k \leq 2$ 。因此, $I_k \leq 4$ 的限制基本锁定了实验上相关的公度磁胞尺寸范围, 同时显著减少了高通量搜索需要生成的对称性候选数目。 I_k 更大的磁结构不在当前搜索空间之内, 将在适用范围与局限一节进一步讨论。

2.4 SSG 操作对实空间磁结构的作用

磁结构可以用周期的自旋场或磁化场 $\mathbf{S}(\mathbf{r})$ 表示。对 SSG 操作

$$g = \{U \parallel R \mid \tau\} \quad (S18)$$

定义其空间部分为

$$g_r = \{R \mid \tau\}. \quad (S19)$$

SSG 操作作用于实空间自旋组态的方式是

$$\{U \parallel R \mid \tau\} \mathbf{S}(\mathbf{r}) = U \mathbf{S}(g_r^{-1} \mathbf{r}). \quad (S20)$$

若该操作是磁结构的对称操作, 则

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}) = U \mathbf{S}(g_r^{-1} \mathbf{r}). \quad (S21)$$

式 (S21) 对局域磁矩有直接的解读。设空间操作把格点 $\mathbf{r}_i$ 映到另一格点 $\mathbf{r}_j$ (相差一个晶格平移),

$$\mathbf{r}_j = g_r \mathbf{r}_i, \quad (S22)$$

则两者的磁矩必须满足

$$\mathbf{m}_j = U \mathbf{m}_i. \quad (S23)$$

因此, 一旦指定某个参考格点上的磁矩, SSG 操作就能生成同一磁轨道上所有格点的磁矩。

在位 (on-site) 操作尤为重要。若 SSG 操作的空间部分在模去晶格平移的意义下保持某格点不变,

$$g_r \mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i + \mathbf{R}_n, \quad (S24)$$

则式 (S21) 在局域约化为

$$\mathbf{m}_i = U \mathbf{m}_i. \quad (S25)$$

磁矩必须落在相应自旋操作的不变子空间中。所有在位操作不变子空间的交集, 决定了该格点上允许的磁自由度。

这为理解实空间磁几何提供了一个很有用的视角: 绕固定轴的连续纯自旋旋转把所有磁矩约束在该轴上, 给出共线组态; 纯自旋镜反射可以把磁矩约束在一个平面内, 得到共面组态; 若不存在非平凡的纯自旋约束, 一般磁结构便可能是非共面的。反过来, 若纯时间反演是某格点的在位对称性, 就会强制

$$m_i = 0, \quad (\text{S26})$$

该格点上不允许出现磁有序。

除这些局域约束外，SSG 中出现的全部自旋部分 $\{U\}$ 也制约着可能的均匀磁化。若它们的公共不变子空间含有非零矢量，净磁化即为对称性所允许；若在整个自旋部分点群下没有任何非零矢量保持不变，磁有序就是对称性补偿的。下文的高通量构造正是利用这一区分，把候选限制为零净磁矩的磁结构。

2.5 SSG 操作对倒空间自旋纹理的作用

同一个 SSG 还制约着电子结构中动量依赖的自旋极化。倒空间的自旋纹理记为 $S(\mathbf{k})$ 。这里要紧的是，SSG 操作对 $S(\mathbf{k})$ 的作用方式与对实空间场 $S(\mathbf{r})$ 并不完全相同。对

$$g = \{U \parallel R \mid \tau\} \quad (\text{S27})$$

其变换律为

$$\{U \parallel R \mid \tau\} S(\mathbf{k}) = U S[\det(U) R^{-1} \mathbf{k}]. \quad (\text{S28})$$

等价地，对称性约束把对称相关动量处的自旋极化联系起来：

$$S[\det(U) R \mathbf{k}] = U S(\mathbf{k}). \quad (\text{S29})$$

其中 R 以直角坐标表示。就自旋期望值而言，这一关系中的平移 τ 不引起动量移动。

因子 $\det(U)$ 是式 (S20) 与式 (S28) 之间的关键差别。 $\det(U) = +1$ 的酉操作下，动量按通常的空间操作变换； $\det(U) = -1$ 的反酉操作下，时间反演额外反转动量，

$$\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}. \quad (\text{S30})$$

于是同一个 SSG 操作对实空间与倒空间的自旋组态可以施加性质截然不同的约束。

这层差别正是非常规磁性的核心所在。两个在实空间自旋几何上相似的磁结构，其动量空间自旋纹理可能根本不同；反之，彼此相异的实空间磁组态也可以共享同样维数与波动特征的倒空间自旋极化。交替磁性、共面奇波磁性与共面偶波磁性这几类相之间的区分，恰可自然地表述为 SSG 对 $S(\mathbf{r})$ 与 $S(\mathbf{k})$ 所施加约束的不同。

在一般动量处，允许的 $S(\mathbf{k})$ 的维数，由变换式 (S29) 之后保持该动量不变的 SSG 操作决定。对这类操作，自旋极化必须满足

$$S(\mathbf{k}) = U S(\mathbf{k}), \quad (\text{S31})$$

这些自旋操作的公共不变子空间的维数可以为零、一、二或三。这就是本工作倒空间分类的基础。特别地，一维不变子空间把一般动量处的自旋极化约束在一根固定的自旋轴上，其余 SSG 操作则决定该极化的符号与大小在整个布里渊区内如何变换。由此得到的常规、非常规与自旋极化磁类别，及其波对称性分类，在下一节介绍。

3. 由 SSG 对称性给磁有序分类

SSG 作用在 $S(\mathbf{r})$ 与 $S(\mathbf{k})$ 上的方式彼此不同，这为分别在实空间与倒空间给磁有序分类提供了自然框架。在实空间，纯自旋子群决定磁组态是共线、共面还是非共面，自旋空间对称性则决定非零净磁化是否受对称性允许。在倒空间，SSG 约束动量依赖自旋极化的维数与对称性。把这两类互补约束结合起来，便得到一个系统化的分类，其中涵盖常规反铁磁体、交替磁体、共面奇波与偶波磁体，以及更一般的非常规磁态 [17]。

本工作以倒空间分类作为区分常规与非常规补偿磁性的主要判据。下文先介绍实空间磁几何与倒空间自旋纹理的维数，再给出高通量搜索全程使用的常规、非常规与自旋极化类别；动量依赖则通过一维纹理的奇波、偶波与混合波对称性，以及多维纹理各个自旋分量各自的波动对称性来刻画。

3.1 实空间分类

如上一节所述，纯自旋子群 S_0 在不移动原子位置的前提下，直接约束允许的磁自由度。依据 S_0 允许的自旋子空间维数，磁结构可分为非磁、共线、共面或非共面。就本文考虑的磁性情形而言，磁矩相应地被约束在同一根轴、同一个平面或整个三维自旋空间内。这一实空间分类将贯穿下文的对称性分析。

除这种几何分类之外，SSG 还决定非零净磁化能否受对称性允许。记

$$P_g = \{U \mid \{U \parallel R \mid \tau\} \in G^S\}, \quad (\text{S32})$$

为 SSG 操作的自旋空间部分所构成的点群。非零净磁化 $\mathbf{M}$ 受对称性允许，仅当存在某个非零矢量满足

$$U \mathbf{M} = \mathbf{M}, \quad \text{对全部 } U \in P_g. \quad (\text{S33})$$

若这样的公共不变矢量存在， P_g 是极性的，非零净磁化受对称性允许；若公共不变矢量只有零矢量， P_g 是非极性的，SSG 便禁戒净磁化。本工作保留后一类情形，因为我们的目标是构造零净磁矩的磁性候选。

还需说明，共线、共面与非共面这些标签只描述实空间磁组态的几何。它们本身并不决定相应的电子自旋纹理是常规还是非常规；这一区分来自倒空间中的 SSG 约束。

3.2 倒空间自旋纹理的维数

我们用语义明确的动量依赖自旋极化 $\mathbf{S}(\mathbf{k})$ 来刻画倒空间磁结构。在一般动量 $\mathbf{k}$ 处，允许的自旋极化受到在同一动量处局域作用的 SSG 操作的约束。如上一节所述，这类操作包含形如

$$\{U \parallel E \mid \tau\}, \quad \det(U) = +1, \quad (\text{S34})$$

的西操作，也包含这样的反酉操作：时间反演带来的动量反演被某个空间操作补偿，例如

$$\{U \parallel P \mid \tau\}, \quad \det(U) = -1, \quad (\text{S35})$$

其中 P 表示空间反演。对每一个这样的操作，一般 $\mathbf{k}$ 处的自旋极化都必须满足

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = U\mathbf{S}(\mathbf{k}). \quad (\text{S36})$$

我们把一般动量处对称性允许的自旋子空间定义为

$$V_{\mathbf{k}} = \cap_{U \in \mathcal{U}_{\mathbf{k}}} \text{Fix}(U), \quad (\text{S37})$$

其中 $\mathcal{U}_{\mathbf{k}}$ 是在一般 $\mathbf{k}$ 处局域作用的全部 SSG 操作之自旋部分的集合，而

$$\text{Fix}(U) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid U\mathbf{v} = \mathbf{v}\}. \quad (\text{S38})$$

倒空间自旋纹理的维数随即定义为

$$d_{\mathbf{k}} = \dim V_{\mathbf{k}}, \quad d_{\mathbf{k}} = 0, 1, 2, 3. \quad (\text{S39})$$

本工作全程在计算中把这一量记作 $k_{\text{texture_dim}}$ 。由于分类是在一般动量处进行的，下文略去下标 $\mathbf{k}$ ，把该维数简记为 d 。

$d = 0$ 时，对称性约束消去一般动量处的全部非零自旋极化，

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = 0. \quad (\text{S40})$$

这就是本工作在倒空间结构中认定为常规磁性情形。

$d = 1$ 时，自旋极化被约束在一根固定的轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 上，

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = s(\mathbf{k})\hat{\mathbf{n}}. \quad (\text{S41})$$

标量极化 $s(\mathbf{k})$ 的大小与符号可以在整个布里渊区内变化，但极化方向受对称性限制在同一根一维自旋子空间内。我们把这类态称为自旋极化磁态。

$d = 2$ 时，自旋极化被限制在一个固定平面内，但不会被约束到单根轴上。取该平面为 xy 平面，

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = S_{x(\mathbf{k})}\hat{\mathbf{x}} + S_{y(\mathbf{k})}\hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{S42})$$

因此自旋取向可以随动量在该平面内旋转。我们称之为二维或自旋共面的倒空间纹理。

最后， $d = 3$ 时，没有任何 SSG 对称性把一般动量处的自旋极化限制在更低维的自旋子空间内。一般地，

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = S_{x(\mathbf{k})}\hat{\mathbf{x}} + S_{y(\mathbf{k})}\hat{\mathbf{y}} + S_{z(\mathbf{k})}\hat{\mathbf{z}}, \quad (\text{S43})$$

自旋在一般动量处可以指向任意方向。这是三维或自旋非共面的倒空间纹理。

实空间与倒空间的维数未必一致。共线的实空间磁有序，其倒空间自旋纹理既可以为零维，也可以为一维，常规共线反铁磁体与交替磁体恰好分别给出这两个例子。同样，共面或非共面的实空间磁有序，依据完整 SSG 对称性的不同，可以产生 0D、1D、2D 或 3D 的倒空间纹理。实空间与倒空间约束彼此独立，正是 SSG 分类的核心特征之一 [17]。

3.3 常规与非常规磁性

本工作用一般 $\mathbf{k}$ 自旋纹理的维数来定义常规与非常规补偿磁性。对零净磁矩磁态，我们规定

$$d = 0 \rightarrow \text{常规}, \quad (\text{S44})$$

而

$$d > 0 \rightarrow \text{非常规}. \quad (\text{S45})$$

因此，常规补偿磁体在一般动量处没有对称性允许的自旋极化。在最简单的共线情形，它就是常规反铁磁体：在非相对论极限下，电子能带在整个布里渊区内保持自旋简并。自旋纹理为零可以由某种反演·时间反演型联合对称性强制实现，也可以由其他 SSG 操作实现——只要这些操作的局域约束消去 $\mathbf{S}(\mathbf{k})$ 的全部非零分量。

相反，非常规补偿磁体虽然在实空间中净磁化为零，在一般动量处却拥有有限维的对称性允许自旋纹理。非常规一类因而不仅包含人们熟悉的自旋极化交替磁态与奇波磁态，还包含具有二维或三维倒空间自旋纹理的磁相。这一定义由此比那种仅把非常规磁性等同于动量依赖共线自旋劈裂的定义更为宽泛。

分类可概括为

$$\begin{aligned} d = 0 : & \text{常规}, \\ d = 1 : & \text{非常规, 自旋极化}, \\ d = 2 : & \text{非常规, 自旋共面}, \\ d = 3 : & \text{非常规, 自旋非共面}. \end{aligned} \quad (\text{S46})$$

这一宽泛定义在本工作中自治使用。特别地，除非另有明确说明，基准测试与 Materials Project 统计中的“非常规”一词指所有 $d > 0$ 的候选；更严格的“自旋极化”则专指 $d = 1$ 的子集。

厘清这一区分对解读高通量结果很重要。即使某种材料的兼容态中有一部分甚至全部具有二维或三维自旋纹理、因而不属于自旋极化子集，该材料仍可被预言为非常规。反过来，若某种材料的每个兼容候选都是自旋极化的，它所满足的约束就比“每个候选仅在宽义上非常规”的情形强得多。这一区分正是下文 S1-S6 材料层次分级的基础。

3.4 自旋极化磁态

$d = 1$ 一类值得单独讨论，因为其倒空间自旋极化具有特别简单的形式

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = s(\mathbf{k})\hat{\mathbf{n}}, \quad (\text{S47})$$

其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 是自旋空间中固定不变的方向， $s(\mathbf{k})$ 是动量的标量函数。于是全部对称性允许的自旋极化在倒空间都是共线的，即便底层实空间磁组态是共面甚至非共面的。

在目前的分类中，式 (S47) 就是对称性强制的自旋极化态的定义条件。这里要把两件事分清：该定义并不要求 $\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{s}}$ 是电子哈密顿量的严格守恒量，也不要求单个 Bloch 态上的自旋期待值量子化。

因此，把对称性定义的自旋极化条件与更强的自旋守恒极限分开是有益的。若哈密顿量还满足

$$[\hat{H}, \hat{S}_{\hat{\mathbf{n}}}] = 0, \quad (\text{S48})$$

其中

$$\hat{S}_{\hat{\mathbf{n}}} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{S}}, \quad (\text{S49})$$

则沿 $\hat{\mathbf{n}}$ 的自旋是好量子数。电子能带随后可拆分为两个彼此独立的自旋扇区，在理想非相对论极限下，其自旋期待值沿公共自旋轴量子化。共线铁磁体与共线交替磁体就是这种更强情形的常见例子。

一般的对称性强制一维纹理未必满足式 (S48)。此时 SSG 只约束允许的期待值的方向，

$$\langle \hat{S} \rangle_{\mathbf{k}} = s_{n(\mathbf{k})}\hat{\mathbf{n}}, \quad (\text{S50})$$

而其大小 $|s_{n(\mathbf{k})}|$ 不必量子化，可以随动量与能带指标连续变化；它甚至可以在某些动量处为零，而不要求能带变为简并。共面偶波磁态就是这种更一般形式的自旋极化的一个重要例子 [17]。

由此可见，本文在对称性意义上使用“自旋极化”一词，指的是一维的倒空间允许自旋子空间；更强的自旋守恒条件只是其中的特殊子集，

$$\text{自旋守恒} \subset \text{一维自旋极化}. \quad (\text{S51})$$

这一区分使共线交替磁体与更一般的共面自旋极化相可以在同一对称性框架内描述，同时保留二者不同的微观自旋性质。

3.5 自旋极化态的波动对称性

一旦倒空间自旋纹理是一维的，其剩余的动量依赖就可以由式 (S47) 定义的标量极化函数 $s(\mathbf{k})$ 来分类。SSG 操作把公共极化轴映到自身或其反向。对操作 $g = \{U \parallel R \mid \tau\}$ ，记

$$U\hat{\mathbf{n}} = \eta_g\hat{\mathbf{n}}, \quad \eta_g = \pm 1, \quad (\text{S52})$$

标量极化便满足

$$s(\mathbf{k}) = \eta_g s[\det(U)R\mathbf{k}], \quad (\text{S53})$$

其中的因子 $\det(U)$ 显式纳入了反酉操作伴随的动量反演，与式 (S29) 相一致。保自旋与翻转自旋的操作分别带有特征标 $\eta_g = +1$ 与 -1 。

求波动对称性，就是找满足同样变换律的动量空间基函数。把总阶数为 n 的齐次多项式基函数记作 $F_\alpha^n(\mathbf{k})$ ，其中 α 区分同一阶数下线性无关的各基函数；只用到一个函数时便略去基指标。在单项式表示下，

$$F_\alpha^n(\mathbf{k}) = \sum_{i+j+m=n} c_{\alpha,ijm} k_x^i k_y^j k_z^m, \quad (\text{S54})$$

其中 $n, i, j, m \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 。本文一律用括号上标表示多项式阶数，波动标签另行给出。在每一阶上，系数受约束

$$F_\alpha^n(\mathbf{k}) = \eta_g F_\alpha^n[\det(U)R\mathbf{k}] \quad \text{对所有 } g \in \mathcal{G}^S. \quad (\text{S55})$$

非零解给出一个允许的基函数；某一宇称扇区内允许的最低阶，决定其先导波动标签。波动标签指明的是对称性允许的多项式阶数，并不要求整个布里渊区的完整自旋纹理等于单一齐次多项式；它刻画的是对称性允许的最低阶多项式基函数，本身并不断言单个 Bloch 态的自旋期待值可按该先导阶数作泰勒展开。

奇波、偶波与混合波纹理的区分，来自把标量极化分解为两个宇称分量，

$$s(\mathbf{k}) = s_{\text{odd}}(\mathbf{k}) + s_{\text{even}}(\mathbf{k}), \quad s_{\text{odd/even}}(\mathbf{k}) = \frac{s(\mathbf{k}) \mp s(-\mathbf{k})}{2}. \quad (\text{S56})$$

这两个分量满足

$$s_{\text{odd}}(-\mathbf{k}) = -s_{\text{odd}}(\mathbf{k}), \quad s_{\text{even}}(-\mathbf{k}) = s_{\text{even}}(\mathbf{k}). \quad (\text{S57})$$

由于动量反演与式 (S53) 中的线性动量变换对易, 多项式约束可以在奇、偶两个扇区分别求解, 其允许的最低阶分别记作 ℓ_{odd} 与 ℓ_{even} 。

对奇波纹理, 对称性只允许奇宇称分量, 先导标签在 1、3、5、7、9 阶分别包括 p 、 f 、 h 、 k 、 m 波。对偶波纹理, 对称性只允许偶宇称分量; 在本文的补偿 SSG 分类中, 偶波先导标签在 2、4、6 阶分别为 d 、 g 、 i 波。代表性的基函数有: p 波取 k_x , d 波取 $k_x k_y$ 或 $k_x^2 - k_y^2$, f 波取 $k_x k_y k_z$; 其确切形式由 SSG 约束决定。这些标签指的是允许的最低阶, 同宇称的更高阶贡献同样可以存在。

当两个宇称扇区都被允许时, 一维纹理具有混合波动对称性。我们用由两个扇区各自的最低允许阶组成的加法标签, 并把奇波标签写在偶波标签之前。例如, $p + d$ 标签表示同一个标量极化中, 奇、偶成分分别自 1 阶与 2 阶起步,

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = [aF^1(\mathbf{k}) + bF^2(\mathbf{k}) + \dots]\hat{\mathbf{n}}. \quad (\text{S58})$$

这里 F^1 与 F^2 是与 SSG 相容的实基函数, a 与 b 为实振幅, 省略号代表更高阶贡献。标签只指明允许的波动阶数, 不限定振幅或相对符号。类似地, $f + g$ 表示 $\ell_{\text{odd}} = 3$ 、 $\ell_{\text{even}} = 4$, 而 $f + i$ 表示 $\ell_{\text{odd}} = 3$ 、 $\ell_{\text{even}} = 6$ 。两种成分同属沿同一根固定自旋轴的标量极化, 因此共存并不增大自旋纹理的维数。

对共线补偿磁体, 纯自旋对称性强制倒空间极化为偶, 故自旋极化的非常规态对应偶波交替磁体。对共面磁有序, 宇称取决于倒空间极化相对实空间自旋平面的取向: 垂直于平面的极化在 $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$ 下为奇, 面内极化则为偶 [17]。

非共面磁有序不具备那种能够锁定共线与共面态宇称的非平凡纯自旋对称性, 其宇称改由完整 SSG 的自旋空间联合操作决定。一维纹理因此可以是奇波、偶波或混合波, 取决于对称性允许奇扇区、偶扇区还是两者; 混合波情形下, 奇、偶成分共享同一根固定极化轴。可见非共面性允许混合宇称, 但并不强制混合宇称。混合波磁性的对称性起源及其与 VGe_3 磁性候选的关联, 将在第 10 节讨论。

3.6 多维自旋纹理的波动对称性

二维与三维纹理可以在不同自旋分量之间组合不同的波动对称性, 称为杂化波 (hybrid-wave) [18], [25]。在指定的自旋坐标系中, 取张成对称性允许自旋子空间的正交归一轴 $\hat{\mathbf{e}}_a$, 把自旋极化写成

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = \sum_{a=1}^d s_{a(\mathbf{k})} \hat{\mathbf{e}}_a, \quad d = 2, 3. \quad (\text{S59})$$

每个分量都可按动量空间基函数展开, 并以各自的最低允许波动阶来表征。约束来自完整的矢量变换律,

$$s_{a[\det(U)R\mathbf{k}]} = \sum_{b=1}^d D_a b(g) s_{b(\mathbf{k})}, \quad D_a b(g) = \hat{\mathbf{e}}_a \cdot U \hat{\mathbf{e}}_b. \quad (\text{S60})$$

SSG 操作可以混合自旋分量, 因此诸多多项式系数必须共同满足这些矢量约束。波动成分随后可以从对指定轴的投影读出; 单个分量不必按独立的一维表示变换。

在每一阶上, 把满足这些约束的矢量基函数记作 $\mathbf{F}_\alpha^n(\mathbf{k})$, 其自旋分量记作 $F_{\{a,\alpha\}}^n(\mathbf{k})$,

$$\mathbf{F}_\alpha^n(\mathbf{k}) = \sum_{a=1}^d F_{\{a,\alpha\}}^n(\mathbf{k}) \hat{\mathbf{e}}_a. \quad (\text{S61})$$

这里 a 标识自旋分量, α 标识矢量基函数。略去基指标时, 分量函数写作 F_x^n 、 F_y^n 或 F_z^n 。

杂化波标签在指定自旋坐标下构成一个有序数组。例如, $(d, f)_{xy}$ 表示沿 x 、 y 的先导成分分别为 d 波与 f 波的二维纹理,

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = A_d F_x^2(\mathbf{k}) \hat{\mathbf{x}}_s + A_f F_y^3(\mathbf{k}) \hat{\mathbf{y}}_s + \dots \quad (\text{S62})$$

其中基函数及其振幅满足完整的矢量对称性约束; 被省略的 z 分量在该坐标系下恒等于零。三维纹理的记号 $(p, d, d)_{xyz}$ 则指

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}) = aF_x^1(\mathbf{k}) \hat{\mathbf{x}}_s + bF_y^2(\mathbf{k}) \hat{\mathbf{y}}_s + cF_z^2(\mathbf{k}) \hat{\mathbf{z}}_s + \dots, \quad (\text{S63})$$

其中下标标识自旋分量, 括号上标给出多项式阶数。两个 d 条目只指明相同的最低波动阶, 并不要求基函数或振幅相同。这些数组汇总了各分量的波动成分, SSG 可以经由式 (S60) 联系诸系数; 旋转自旋坐标系会混合分量, 因此必须指明坐标轴。若自旋平面相对所选坐标轴倾斜, 二维纹理仍可有三个非零的直角投影; 其数组将保留全部三个条目, 而自旋纹理维数仍为二维。

每个分量都按与一维纹理相同的波动阶约定分解为奇、偶两个扇区, 因此数组条目本身也可以携带加法混合波标签: $(p + d, f, d)_{xyz}$ 表示沿 x 的分量为混合 $p + d$ 波、沿 y 的为 f 波、沿 z 的为 d 波。混合波描述单个标量分量内部的奇、偶成分, 杂化波则描述不同自旋分量之间的波动对称性。全体自旋分量都是

实的期待值：完整矢量为零要求每个分量都为零，而单个分量内部的贡献可以相互抵消。两种记号都不改变对称性允许自旋子空间的维数。

候选层次的刻画因此可以由实空间几何、倒空间维数与波动对称性组织起来。对 $d = 1$ ，波动对称性由允许的奇、偶扇区及其最低阶给出；对 $d = 2, 3$ ，可以借助受完整矢量约束的分量基函数加以考察。本文使用的自动化高通量表格为 $d = 1$ 候选（含混合波态）标注波动标签， $d = 2, 3$ 候选则保留其纹理维数标注；其分量波动对称性的完整枚举不在当前表格之列。

$$\text{实空间几何} + d + \text{分量波动对称性}. \quad (\text{S64})$$

常规、非常规与自旋极化类别仍分别由 $d = 0$ 、 $d > 0$ 与 $d = 1$ 定义。特别地，混合波候选仍是自旋极化的，不改变 S1-S6 的判定规则。第 5 节将说明候选层次的分类如何进入高通量预言流程。

4. 自旋平移对称性与守恒的超自旋分量

固定轴自旋极化可以直接由自旋平移对称性导出。对操作 $g_\theta = \{C_{\hat{n}}(\theta) \parallel E \mid \tau\}$ ，其在轨道空间与物理自旋空间中的表示为

$$D_{\mathbf{k}}(g_\theta) = T_{\boldsymbol{\tau}}(\mathbf{k}) \otimes e^{-i\theta \frac{\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{S}}}{\hbar}}, \quad [H(\mathbf{k}), D_{\mathbf{k}}(g_\theta)] = 0. \quad (\text{S65})$$

平移不改变动量，且与物理自旋对易。因此取 $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{z}}$ 便得到

$$D_{\mathbf{k}}(g_\theta) \hat{S}_+ D_{\mathbf{k}}(g_\theta)^{-1} = e^{-i\theta} \hat{S}_+, \quad \hat{S}_+ = \hat{S}_x + i\hat{S}_y. \quad (\text{S66})$$

对非简并的能量本征态，只要 $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ ，上式就要求 $\langle \hat{S}_x \rangle = \langle \hat{S}_y \rangle = 0$ 。对简并子空间内同时具有确定对称性本征值的态，结论相同。这一约束在整个布里渊区内都成立，与子晶格基的选取无关，也不需要 $[H, \hat{S}_z] = 0$ 。一般的 C_n 操作给出守恒的对称性标签，这些标签并不限于二分取值。

先考察两子晶格 p 波模型 [3]，

$$H_p = 2t \left[\cos\left(\frac{k_x}{2}\right) \tau_x + \cos k_y \mathbb{I} \right] + 2t_J \left[\sin\left(\frac{k_x}{2}\right) \sigma_x \tau_y + \cos k_y \sigma_y \tau_z \right]. \quad (\text{S67})$$

其中 τ_i 与 σ_i 分别作用在子晶格和物理自旋上，而 $\boldsymbol{\tau}$ 表示平移矢量。半格平移交换两个位点。在计入位点位置的 Bloch 约定下，操作 $g_\pi = \{C_{2z} \parallel E \mid \tau\}$ 的表示为

$$\begin{aligned} T_{\boldsymbol{\tau}}(\mathbf{k}) &= e^{-i\frac{k_x}{2} \tau_x}, & D_{\mathbf{k}}(g_\pi) &= -ie^{-i\frac{k_x}{2} \tau_x} \tau_x \sigma_z \\ Q_g &\equiv ie^{i\frac{k_x}{2}} D_{\mathbf{k}}(g_\pi) = \tau_x \sigma_z, & J_{\parallel} &= \frac{\hbar}{2} Q_g. \end{aligned} \quad (\text{S68})$$

H_p 的每一项都与 Q_g 对易； Q_g 是厄米矩阵，且满足 $Q_g^2 = \mathbb{I}$ 。它的本征值 ± 1 标记子晶格-自旋的组合扇区，但并不能确定物理自旋期望值的大小。

文献 [21] 的超自旋表述用另一套基于子系统的哈密顿量涵盖了这一 p 波物理；其更一般的构造还容许高阶奇波态。该模型从每个反铁磁子系统 $\mu = A, B$ 中各保留一对态 $|\mu, +, \mathbf{k}\rangle$ 、 $|\mu, -, \mathbf{k}\rangle$ 。模型假设具有 $\Theta T_{\boldsymbol{\tau}}$ 对称性，它与共面的纯自旋对称性 $C_{2y} \Theta$ 结合后，在整体旋量相位意义下给出 $g = \{C_{2y} \parallel E \mid \tau\}$ 。这里 Θ 表示时间反演， y 轴垂直于自旋平面。对子系统配对取对称性适配的相对相位后， g 的作用为

$$\begin{aligned} g |\mu, +, \mathbf{k}\rangle &= e^{-i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\tau}} |\mu, -, \mathbf{k}\rangle \\ g |\mu, -, \mathbf{k}\rangle &= -e^{-i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\tau}} |\mu, +, \mathbf{k}\rangle. \end{aligned} \quad (\text{S69})$$

第一式固定了配对态之间的相位；第二式由 $D_{\mathbf{k}}(g)^2 = -e^{-2i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\tau}} \mathbb{I}$ 得出。平移在每个子系统内部作用，它对其内部位点的作用已经包含在这些完整的 Bloch 态中。于是，在有序基 $(A+, A-, B+, B-)$ 下，

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{k}}(g) &= -ie^{-i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\tau}} \begin{pmatrix} \nu_y & 0 \\ 0 & \nu_y \end{pmatrix} \\ Q_g &\equiv ie^{i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\tau}} D_{\mathbf{k}}(g) = \begin{pmatrix} \nu_y & 0 \\ 0 & \nu_y \end{pmatrix} = 2 \frac{J_y}{\hbar}. \end{aligned} \quad (\text{S70})$$

其中 ν_y 作用在每一对保留的态上；最后一个等号用的是文献 [21] 在这一配对态约定下的超自旋矩阵，而不是显式位点基下裸的物理自旋矩阵。该表述下的哈密顿量为

$$H_h = \begin{pmatrix} (h_0 + h_1) \mathbb{I} + h_4 \nu_y & h_2 \mathbb{I} + h_3 \nu_y \\ h_2^* \mathbb{I} + h_3^* \nu_y & (h_0 - h_1) \mathbb{I} + h_5 \nu_y \end{pmatrix}, \quad (\text{S71})$$

其各个块都与 ν_y 对易。因此 $[H_h, Q_g] = [H_h, J_y] = 0$ ：在这一对称性适配的基下，守恒的超自旋分量正是由归一化的自旋平移操作来表示的。

最后，文献 [17] 的共面 d 波模型在没有 $\Theta T_{\boldsymbol{\tau}}$ 的情况下实现了同样的守恒结构。其哈密顿量为

$$\begin{aligned}
H_d &= \varepsilon \mathbb{I} + A\tau_x + D\sigma_x\tau_z + B\sigma_x\tau_y + C\sigma_y\tau_z \\
\varepsilon &= 2t_0 \cos k_y, \quad A = 2t_0 \cos\left(\frac{k_x}{2}\right) \\
B &= t_3 \sin\left(\frac{k_x}{2}\right), \quad C = t_4 \sin k_y \\
D &= t_1 \cos k_x + t_2 \cos k_y.
\end{aligned} \tag{S72}$$

半格平移依旧交换两个等效位点, 对 $g = \{C_{2z} \parallel E \mid \tau\}$ 给出 $D_{\mathbf{k}}(g) = -ie^{-i\frac{k_x}{2}}\tau_x\sigma_z$ 。哈密顿量的每一项都与 $Q_g = \tau_x\sigma_z$ 对易, 因此 $J_{\parallel}^d = \hbar\frac{Q_g}{2}$ 定义了一个类超自旋的守恒分量, 尽管 $[H_d, \sigma_z]$ 一般并不为零。然而对同一个半格平移, ΘT_{τ} 的矩阵部分正比于 $\tau_x\sigma_y$, 并且

$$(\tau_x\sigma_y)H_{d(-\mathbf{k})}^*(\tau_x\sigma_y) = H_{d(\mathbf{k})} - 2C\sigma_y\tau_z. \tag{S73}$$

于是当 $t_4 \neq 0$ 时 ΘT_{τ} 破缺, 而 $C_{2z}T_{\tau}$ 仍是对称性。这一偶波模型因此无需把时间反演与平移相结合, 就支持一个守恒的复合自旋标签。起保护作用的操作是酉的自旋平移; 其余 SSG 操作决定交变的动量依赖及其宇称。可见 ΘT_{τ} 既不是这一守恒机制的必要条件, 也不是该模型所实现的固定轴交变自旋分裂的必要条件。

5. 完整的基于对称性的预言流程

完整的预言流程从非磁性晶体结构出发, 结合给定的磁性子晶格, 在受控的 SSG 搜索空间内构造其中包含的全部零净磁矩磁性候选。每个保留的候选随后按其空间磁几何与倒空间自旋纹理分别分类, 候选层面的信息最终在材料层面归并。整个流程可以概括为

$$\begin{aligned}
&\text{非磁性晶体学结构} + \text{磁性子晶格信息} \\
&\Downarrow \\
&\text{磁性子晶格的确定} \\
&\Downarrow \\
&\text{晶体学标准化} \\
&\Downarrow \\
&\text{相容 SSG 候选的枚举与构造} \\
&\Downarrow \\
&\text{候选层面的磁性分类} \\
&\Downarrow \\
&\text{材料层面的候选系综.}
\end{aligned} \tag{S74}$$

在当前实现中, 搜索限定于净磁化为零的补偿磁态、只由一种占据单一对称等价晶体学轨道的磁性元素构成、且为 $I_k \leq 4$ 的可公度 SSG 候选。这些条件界定了流程的适用范围。获取基准数据集与 Materials Project 输入数据集的具体步骤, 分别在下文对应的章节中描述。

5.1 输入与适用条件

本工作发展的磁性分类面向净磁化为零的补偿磁态。相应地, 基本的物理适用条件是材料能够支持零净磁矩的磁态。对已有实验研究的材料, 净磁化是否为零或小到可以忽略, 通常比确定完整磁组态容易得多, 例如可由块体磁化等相关磁学测量直接判断。因此, 具有稳定且有限的铁磁或亚铁磁矩的材料不在本分类的直接目标范围内。

除晶体学结构本身之外, 唯一需要作为输入提供的磁性信息是磁性子晶格的认定, 即哪些原子种类和位点预期携带磁矩。这一阶段不需要具体的磁矩方向、传播矢量, 也不需要磁性基态的 SSG。如何从 MAGNDATA 和 Materials Project 中提取这一最简输入信息, 分别见基准部分与高通量部分的相应章节。

第 1 步——磁性子晶格的确定

第一步判断磁性子晶格是否满足当前 SSG 构造所要求的结构条件。本流程限定为一种磁性化学元素, 且它占据单一对称等价的晶体学轨道。

对这一构造而言, 单轨道条件在物理上是自然的。同种元素的原子若位于不同的 Wyckoff 位, 一般处于不同的局部化学环境, 因而可能具有不同的磁矩或磁响应。这类位点实际上是彼此独立的磁性子晶格, 在本流程中不按单一等价的磁性元素处理。

设磁性位点为

$$\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N\}. \tag{S75}$$

要求它们在晶体空间群作用下构成单一轨道, 即对任意两个磁性位点 $\mathbf{r}_i$ 与 $\mathbf{r}_j$, 存在某个空间对称操作, 使得在差一个晶格平移的意义下

$$\mathbf{r}_j = \{R \mid \tau\} \mathbf{r}_i \quad (\text{S76})$$

成立。

因此, 保留下来的输入结构满足以下条件:

- 材料被置于零净磁矩磁性区间内考虑;
- 恰有一种化学元素构成磁性子晶格;
- 该元素的全部磁性位点同属一套对称等价的晶体学轨道。

这些条件保证磁组态可以由 SSG 操作从单个参考磁性位点生成。由于所有磁性位点同属一套对称轨道, 对称性构造同时约束了它们磁矩的大小与取向。含有多种独立磁性元素或多套不等价磁性 Wyckoff 轨道的材料不在当前实现范围内, 将在讨论适用范围与局限的章节中另行说明。

第 2 步——晶体学标准化

SSG 构造要求晶体学结构采用与 SSG 数据库所用空间操作相一致的坐标设定。因此, 每个保留的输入结构都要在枚举相容 SSG 之前先做标准化。

使用 spglib 分析非磁性晶体学结构, 确定其空间群、标准化后的晶格、原子坐标以及对称等价的 Wyckoff 位。随后把结构变换到后续 SSG 构造统一采用的标准晶体学设定。完成标准化后, 晶体的全部空间对称操作就可以与枚举出的 SSG 的空间投影直接比对。

这一步必不可少, 因为晶体学上等价的结构可能用不同的初胞、原点选择或坐标设定来表示。这些描述在物理上等价, 但要让输入的晶体结构与 SSG 数据库中的空间操作建立无歧义的对, 就必须采用唯一的标准表示。

本步的输出因此是一个标准化的非磁性晶体结构: 其空间群明确, 磁性 Wyckoff 位唯一确定。这一标准化结构为后续枚举并显式构造相容的 SSG 磁性候选提供输入。

第 3 步——相容零净磁矩 SSG 的枚举

这一步是流程中核心的对称性构造环节。对每个标准化后的晶体结构, 先枚举与晶体对称性及所选磁胞范围相容的 SSG, 再在给定的磁性 Wyckoff 位上构造相应的磁组态。

母空间群匹配。 第一条要求是候选 SSG 的母空间群与非磁性晶体学结构的母空间群重合, 即 $G_{\text{parent}}^{\text{SSG}} = G_{\text{crystal}}$ 。如前文所定义, 母空间群由整个 SSG 向实空间投影并去掉每个操作的自旋空间部分得到。因此本构造保留非磁性晶体的全部空间对称性。母空间群是晶体空间群真子群的磁有序, 不在本工作考虑的搜索空间之内。

磁胞截断。 在具有指定母空间群的全部 SSG 中, 只保留 $I_k \leq 4$ 的那些。如前文所述, 这一范围几乎覆盖此处考察的 MAGNDATA 数据集中全部实验报道的磁结构, 也包含实验上占主导的 $I_k = 1$ 与 $I_k = 2$ 情形。

零净磁矩对称性筛选。 本工作考虑的非常规磁性分类定义在补偿磁态上, 因此只保留自旋空间对称性禁戒非零净磁化的 SSG。按第 3 节引入的判据, 这对应于自旋部分点群为非极性: 不存在在任何自旋空间操作下都保持不变的净磁矩。于是, 任何实现这类 SSG 的磁结构都满足 $\sum_i \mathbf{m}_i = 0$ 。

这一对称性条件直接落实了本流程的物理适用范围。对已有实验研究的材料, 即使尚不了解详细磁结构, 通常也能用比较简单的磁学测量判断是否存在可观的净磁化。因此具有有限净磁矩的铁磁或亚铁磁材料, 不会进入这里的非常规补偿磁体分类。

参考位点构造。 对每个剩余的 SSG, 从磁性 Wyckoff 位中选出一个位点 $\mathbf{r}_0$, 并指定一个参考磁矩 $\mathbf{m}_0$ 。其允许的方向由在位 SSG 操作决定。定义

$$G_{\mathbf{r}_0} = \{U_\alpha \parallel R_\alpha \mid \tau_\alpha : \{R_\alpha \mid \tau_\alpha\} \mathbf{r}_0 = \mathbf{r}_0 + \mathbf{R}_n\}, \quad (\text{S77})$$

其中 $\mathbf{R}_n$ 为晶格平移。参考磁矩必须满足

$$U_\alpha \mathbf{m}_0 = \mathbf{m}_0, \quad \text{对一切 } \{U_\alpha \parallel R_\alpha \mid \tau_\alpha\} \in G_{\mathbf{r}_0}. \quad (\text{S78})$$

这些在位自旋操作的公共不变子空间, 决定了参考位点上允许的磁自由度。若该子空间为零维, 则在指定的磁性 Wyckoff 位上不存在与目标 SSG 相容的非零磁矩, 候选被舍弃。若允许子空间为一维, 磁矩方向除大小与符号外即被固定。对于二维或三维的允许子空间, 先在该子空间的一组基上取固定的非零系数构成一个代表性矢量, 再将其归一化。

这一通用矢量的具体取法不影响基于对称性的分类, 因为所有取法满足相同的 SSG 约束; 它的作用只是给出一个显式的代表性磁组态。不过, 特殊的取法可能偶然引入额外对称性, 这类情形将由下文的完整 SSG 检验识别出来。

完整磁组态的生成。 参考磁矩选定后, 同一磁性 Wyckoff 位上其余所有对称等价位点的磁矩都由 SSG 操作直接生成。若某个操作按

$$\mathbf{r}_i = \{R_\alpha \mid \tau_\alpha\} \mathbf{r}_0 \quad (\text{S79})$$

把参考位点联系到位点 $\mathbf{r}_i$ ，则相应的磁矩为

$$\mathbf{m}_i = U_\alpha \mathbf{m}_0. \quad (\text{S80})$$

由于所有磁性位点同属一套 Wyckoff 位，且参考磁矩已受其完整在位子群的约束，式 (S80) 便一致地给出所有对称等价位点上的磁矩。 $\mathbf{m}_0$ 的绝对幅值与对称性构造无关，只需要 SSG 生成的相对取向，因此不妨直接使用归一化的参考磁矩。

完整 SSG 检验。 上述构造出的磁组态必然具有目标 SSG 的全部操作，因为它就是由这些操作显式生成的。但目标 SSG 未必是所得组态的完整对称性：参考磁矩的某些取法可能偶然引入额外对称性。例如，若所选磁矩恰好落在某个特殊方向，一般性的共面 SSG 就可能给出共线组态，从而多出额外的纯自旋操作。

因此，我们对每个生成的磁组态识别其完整 SSG，只有实际实现的 SSG 与目标 SSG 一致时才保留该候选。这一步的目的不是复核目标操作是否存在——这由构造直接保证——而是确保没有偶然引入额外的对称性。

本工作要求每个候选的母空间群与非磁性晶体的完整空间群一致。因此，原子结构不可能在母空间群已包含的操作之外获得额外的空间操作。这样，生成的 SSG 若被偶然扩大，只可能来自额外的纯自旋对称性。在更一般的构造中，若候选 SSG 的母空间群是非磁性晶体空间群的真子群，则还必须检查涉及非平凡空间变换的额外操作；这类情形不在本流程之内。

第 4 步——保留的 SSG 候选的分类

每个保留的磁结构都按其实现的 SSG、依据第 3 节引入的对称性判据进行分类。由于分类完全由 SSG 决定，实现同一 SSG 的磁结构被归入同一磁性类别。

对每个候选，同时记录其实空间磁几何与倒空间自旋纹理分类。实空间组态依据纯自旋对称性分为共线、共面或非共面。在倒空间中，对称性允许的自旋纹理按维数 $d = 0, 1, 2, 3$ 分类： $d = 0$ 的候选判为常规， $d > 0$ 的判为非常规。 $d = 1$ 的子集对应自旋极化态，并进一步用奇波、偶波或混合波对称性刻画。对非共面的自旋 1D 候选，分别记录其允许的最低奇数阶与偶数阶。 $d = 2, 3$ 的候选在当前表格中保留其维数标签；其各分量的波动对称性，包括可能的杂化波纹理，可用前文所述的矢量约束加以分析。

在本预言框架中，倒空间分类最为关键，因为它直接区分常规与非常规的磁性。因此对每种材料，我们记录其全部相容 SSG 候选中常规、非常规与自旋极化态的分布。这些候选层面的分类，构成下一节引入的材料层面预言层级的直接输入。

第 5 步——材料层面的归并

最后一步汇总同一材料全部相容 SSG 候选的分类结果。我们不挑选单一磁组态，而是保留完整的候选系综，记录常规、非常规与自旋极化候选的数目，并附上它们的磁胞指标以及适用情形下的波动对称性。

这一材料层面的归并提供了所需的信息，用以评估晶体结构在多大程度上约束了材料的磁性。所得的候选系综随后按下一节引入的 S1–S6 预言层级加以组织。

6. 材料层面的预言层级

6.1 候选集合

上述基于对称性的流程对每种材料给出的是一整个与对称性相容、净磁矩为零的磁性候选系综，而不是单一磁组态。材料层面的预言因此要按这一候选系综的构成来表述。

对材料 $\mathcal{M}$ ，把当前磁胞截断范围内全部相容候选记作

$$C_{\{\leq 4\}}(\mathcal{M}) = \{c \mid I_{k(c)} \leq 4\}, \quad (\text{S81})$$

其中每个候选 c 都已通过前述的对称性构造与完整 SSG 检验。再定义其中不放大晶体学初基胞的子集

$$C_1(\mathcal{M}) = \{c \in C_{\{\leq 4\}}(\mathcal{M}) \mid I_{k(c)} = 1\}. \quad (\text{S82})$$

每个候选都带有上文引入的倒空间分类： $d(c) = 0$ 的候选为常规， $d(c) > 0$ 的候选为非常规， $d(c) = 1$ 的子集对应自旋极化态。为表述方便，把非常规条件与自旋极化条件分别记作 $\mathcal{U}(c)$ 与 $\mathcal{S}(c)$ ：

$$\mathcal{U}(c) : d(c) > 0, \quad \mathcal{S}(c) : d(c) = 1. \quad (\text{S83})$$

材料层面的预言取决于这些性质是否被 $C_{\{\leq 4\}}$ 中的全体候选共享；在考虑额外的磁胞信息时，则看 C_1 中的全体候选。S1–S6 层级正是由这类系综层次的信息定义的。

6.2 S1–S6 的形式定义

依据 $C_{\{\leq 4\}}$ 的构成（在需要时还包括其 $I_k = 1$ 子集 C_1 ），定义六个互斥的材料类别。

若在整个 $I_k \leq 4$ 搜索中得到的每个相容候选都是自旋极化的，该材料属于 S1：

$$\text{S1} : \quad \forall c \in C_{\{\leq 4\}}, \quad \mathcal{S}(c). \quad (\text{S84})$$

此时每个相容候选都满足 $d(c) = 1$ 。

若 $C_{\{\leq 4\}}$ 中的每个候选都是非常规的，而 S1 条件不成立，该材料属于 S2：

$$S2 : \quad \forall c \in C_{\{\leq 4\}}, \quad \mathcal{U}(c), \quad \text{非 S1.} \quad (S85)$$

因此 S2 只含非常规候选，但允许一维、二维和三维的倒空间自旋纹理。

对 S1、S2 均不满足的材料，接着考察 $I_k = 1$ 子集。若 C_1 中的每个候选都是自旋极化的，该材料属于 S3：

$$S3 : \quad \forall c \in C_1, \quad \mathcal{S}(c), \quad \text{非 S1, S2.} \quad (S86)$$

类似地，若 C_1 中的每个候选都是非常规的，而 S3 条件不成立，该材料属于 S4：

$$S4 : \quad \forall c \in C_1, \quad \mathcal{U}(c), \quad \text{非 S1, S2, S3.} \quad (S87)$$

S5 收录其余在 $C_{\{\leq 4\}}$ 中常规与非常规候选并存的材料：

$$S5 : \quad \exists c_a, c_b \in C_{\{\leq 4\}} \quad \text{且} \quad d(c_a) = 0, d(c_b) > 0. \quad (S88)$$

最后，S6 收录在当前搜索空间内所有相容候选均为常规的材料：

$$S6 : \quad \forall c \in C_{\{\leq 4\}}, \quad d(c) = 0. \quad (S89)$$

各定义汇总于表 (S2)。类别按顺序依次指派，因此每个材料都得到唯一标签。

类别	判据	解读
S1	$C_{\{\leq 4\}}$ 的全部候选均为自旋极化	完整候选集被限制在 $d = 1$
S2	$C_{\{\leq 4\}}$ 的全部候选均为非常规	完整候选集被限制在 $d > 0$
S3	C_1 的全部候选均为自旋极化	$I_k = 1$ 子集被限制在 $d = 1$
S4	C_1 的全部候选均为非常规	$I_k = 1$ 子集被限制在 $d > 0$
S5	常规与非常规候选并存	混合候选集
S6	$C_{\{\leq 4\}}$ 的全部候选均为常规	搜索空间内不存在非常规候选

表 (S2) S1–S6 材料层面预言类别的定义与解读。此处 $C_{\{\leq 4\}}$ 表示 $I_k \leq 4$ 的完整相容候选集， C_1 表示其 $I_k = 1$ 子集。

6.3 层级的解读

S1–S6 各类别刻画的是对称性相容的候选系综对材料倒空间磁特征的约束强度。它们不应被理解为统计概率、置信度评分，也不是某种普适的单调排序。

S1 与 S2 由完整的 $I_k \leq 4$ 候选集决定，不需要任何关于磁胞尺寸的额外信息。S1 材料的每个相容候选都是自旋极化的；S2 材料的每个相容候选则在更宽的意义下都是非常规的。

S3 与 S4 描述这样一类材料：完整的 $I_k \leq 4$ 候选系综达不到同样的选择性，可一旦把磁结构限制在 $I_k = 1$ ，歧义便告消除——此时 S3 只含自旋极化候选，S4 只含非常规候选。S1/S3 与 S2/S4 的差别对应两个不同的预言目标：S1 与 S3 锁定的是更苛刻的自旋极化类别 ($d = 1$)，S2 与 S4 则以 $d > 0$ 更宽地涵盖非常规磁性。

S5 代表一个混合候选系综：常规与非常规磁态都仍与对称性相容。它不应被当作对非常规磁性的否定性预言，只说明晶体学结构与磁子晶格信息本身提供的选择性不够，还要借助磁胞尺寸、传播矢量、衍射限制或能量计算等额外信息。

S6 是另一端的极限情形：当前搜索空间内的全部相容候选都是常规的。在流程的假设之下，这不构成支持非常规磁性的正面迹象，却也不能证明实验实现的磁态必定是常规的。

更一般地说，S1–S6 的预言陈述总是相对于此处考虑的候选空间。 $I_k > 4$ 的磁结构未被纳入，并且我们假定磁 SSG 的母空间群与非磁晶体的空间群相同。凡把磁胞放大到该范围之外、或压低空间对称性的磁有序，都落在当前搜索空间以外。因此，即便所有保留候选都是常规的，当前构造之外的低对称性磁态仍可能是非常规的。S6 判定应当理解为“在当前搜索空间内没有非常规候选”，而非对非常规磁性的严格排除。

正因这些限制，层级对真实材料的预言价值无法单靠对称性构造确立，必须用实验测定的磁结构来检验。下文给出的 MAGNDATA 基准正是这一检验。结果显示，S1–S4 能优先命中实验磁态为非常规的材料，S5 与 S6 对非常规磁性则只有微弱的正向选择性、甚至完全没有。可见该层级应被理解为一种基于对称性的材料层面选择性度量，其预言意义由基准经验地确立。

6.4 $I_k = 1$ 的作用

S3 与 S4 显式使用 $I_k = 1$ 子集，对应磁结构测定中一个重要的实际特征。完整磁矩排列的确定往往需要精细的磁衍射或谱学手段，但判断磁有序是否放大晶体学单胞通常容易得多。例如在衍射实验中，额外磁传播矢量的有无可以直接约束磁胞指标。

于是，知道 $I_k = 1$ 就等于对对称性生成的候选系综施加了一道简单的额外过滤，而无须掌握完整磁组态。若某材料的 $C_{\{\leq 4\}}$ 集合同时含有常规与非常规态，把候选限制到 C_1 就可能排除全部常规可能性，从而得到 S3 或 S4 的判定。

因此 S3 与 S4 并非 S1 与 S2 的弱化版，它们是在纳入一条额外且实验可及的约束之后给出的预言。本层级之所以强调 $I_k = 1$ ，是因为不放大平移单胞的磁结构在实验上既常见、又易于同更大磁胞的磁有序区分开来。这条额外约束的预言价值，将在下文的 MAGNDATA 基准中定量检验。

7. 与实验测定磁结构的基准比较

为检验对称性生成的候选系综对真实材料是否携带预言信息，我们以 MAGNDATA 收集到的实验测定磁结构为基准，对整个流程加以评测。实验解析出的磁组态只用作评估的标准答案；预言则完全从无磁晶体学结构与磁子晶格信息出发，用上述同一套基于对称性的流程重建。

基准比较回答两个互补的问题。一是实验实现的 SSG 是否落在对称性生成的候选系综之内；更关键的是其二——实验实现的磁特征，是否与由完整候选系综推出的材料层面预言相一致。

7.1 MAGNDATA 基准集的构建

起点是从 MAGNDATA 收集的 1,626 个实验测定磁结构。为了不使用实验已知磁矩组态的前提下构造基准输入，我们只保留底层的晶体学结构与磁子晶格信息，并施加上述定义的输入条件。以下结构在进入对称性生成之前即被剔除：原子占位不完整的、磁有序非补偿的、含多种磁性化学物种的、磁性原子位于多套 Wyckoff 位的，以及只有一部分对称等价位点携带磁矩的。初步筛选之后，868 个结构仍是当前流程的有效输入。

被剔除的条目反映了当前实现的适用范围。最初的 1,626 个 MAGNDATA 结构中，100 个无法转换为完全有序的晶体学输入，主因是部分占位，剩下 1,526 个有序结构；其中 1,213 个实验上为反铁磁，因而是此处补偿磁体基准关心的对象。再施加磁子晶格条件，又剔除 345 条：130 条含多种磁性化学物种，155 条的磁性原子位于多套不等价的 Wyckoff 位，60 条只有部分相关的对称等价位点携带磁矩。最终 868 个结构作为有效输入进入对称性生成环节。

对称性生成随后施加到这 868 个结构上。其中 862 个在当前搜索空间内至少有一个相容的零净磁矩 SSG 候选，其余 6 个没有。这 6 个结构无法用当前候选空间表示——该空间假定 SSG 的母空间群与非磁空间群相同且 $I_k \leq 4$ 。基准最终由 862 种可构造出完整对称性生成候选系综的材料组成。这份以实验为据的数据集规模足够大，可用作定量检验本方法预言选择性的参照。

7.2 实验 SSG 的复原

第一项检验是实验实现的 SSG 是否包含在对称性生成的候选系综之中。862 个基准材料中，实验 SSG 被精确复原的有 571 个，精确复原率为 $\frac{571}{862} = 66.24\%$ 。

在当前的构造之下，精确复原主要检验实验磁有序是否与“SSG 母空间群保持为非磁晶体学空间群”这一假设、以及候选搜索的其他限制相容。66.24% 的复原率说明，这种保持对称性的构造适用于相当大一部分已知的实验磁结构。不过，精确复原磁 SSG 并非本工作的首要目标；核心问题始终是候选系综能否正确预言实验磁态的常规或非常规磁特征。

7.3 S1-S6 基准

接下来评测完整的 S1-S6 层级。862 个基准材料中的每一个，都只用其对称性生成的候选系综来指派预言类别；实验实现的 SSG 则另行独立分类为常规、非常规非自旋极化或自旋极化。

结果汇总于表 (S3)。

类别	总数	常规	非常规非自旋极化	自旋极化
S1	5	2	0	3
S2	52	9	29	14
S3	128	56	8	64
S4	93	23	24	46
S5	539	490	23	26
S6	45	43	0	2

表 (S3) S1-S6 材料层面预言层级对照 MAGNDATA 实验测定磁结构的基准比较。实验态按所报道 SSG 的倒空间自旋纹理维数，分为常规、非常规但非自旋极化、自旋极化三类。

基准显示各预言类别之间存在清晰的分野。S2 中 52 个材料有 43 个被判定为非常规，非常规占比 82.7%；S4 中 93 个材料有 70 个被判定为非常规，占比 75.3%。S3 针对的是更严格的自旋极化类别：128 个材料中 64 个被判定为自旋极化，另有 8 个非常规但非自旋极化。

相比之下，S5 与 S6 中被判为常规的状态占绝对多数。S5 的 539 个材料中 490 个被判为常规，占比 90.9%；S6 的 45 个中 43 个被判为常规，占比 95.6%。

S1 子集只含 5 个基准材料，其中 3 个被判为自旋极化。样本如此之小，其比例不能脱离整个层级的总体趋势单独解读。

综合来看，基准证明 S1–S6 层级确实携带有意义的材料层面选择性：S1–S4 优先识别被判为非常规或自旋极化的状态，S5 与 S6 则强烈富集常规磁性。这一经验分野验证了层级在对称性构造之外的预言意义。

7.4 $I_k = 1$ 的作用

MAGNDATA 基准同时为磁胞指标带来的额外预言信息提供了直接检验。我们聚焦实验实现结构满足 $I_k = 1$ 的材料，考察相应的 $I_k = 1$ 候选系综。

其中 161 个材料的 $I_k = 1$ 候选集非空且只含非常规态：3 个属于 S1，40 个属于 S2，56 个属于 S3，62 个属于 S4。对其实验 SSG 的独立分类把全部 161 个实验态都判为非常规。也就是说，对同时满足这两个条件的基准条目，预言与实验分类 161/161 全部一致。

这一结果对 S3 与 S4 背后的逻辑提供了格外明确的验证：即使完整的 $I_k \leq 4$ 候选系综是混合的，只要知道实验磁结构具有 $I_k = 1$ ，就能排除剩余的常规可能性，给出选择性很高的非常规磁特征预言。

在 523 个实验报道的 $I_k = 1$ 结构中，380 个满足当前的结构与相容性条件、且至少有一个相容的 $I_k = 1$ 候选。这 380 个结构中，实验 SSG 被精确复原的有 348 个，精确复原率 91.58%，明显高于整个基准集的 66.24%。另一方面，前述 161/161 的结果则表明：对实验 $I_k = 1$ 且生成的 $I_k = 1$ 候选全部为非常规的条目，这一非常规分类具有很强的选择性。

8. Materials Project 中的高通量搜索

候选系综方法的预言选择性已由实验测定的磁结构确立；接下来把同一流程以大得多的规模应用到从 Materials Project 收集的磁性材料上。与 MAGNDATA 有实验磁结构可用不同，Materials Project 在这里只提供晶体学结构与磁子晶格信息。目标因而是预设已知磁基态，找出那些对称性相容的候选系综对非常规磁特征构成强约束的材料。

8.1 Materials Project 的输入与过滤

起点是 58,996 个被标注为铁磁或反铁磁的 Materials Project 条目，其中铁磁 (FM) 55,594 条、反铁磁 (AFM) 3,402 条；非磁与亚铁磁条目不在输入数据集中。Materials Project 给出的磁组态来自共线第一性原理计算，此处并不把它们当作定论性的磁基态，只利用其位点分辨的磁信息认定磁性化学物种与磁性 Wyckoff 位，以确定后续对称性构造所用的磁子晶格。

随后施加一般流程中引入的同一套结构条件：保留只含一种磁性化学物种、该物种占据单一对称等价 Wyckoff 位、且该 Wyckoff 位的所有位点都计入磁子晶格的材料；结构先经标准化，再进入 SSG 构造。经过过滤后剩余 23,849 个结构。

同时纳入 FM 与 AFM 标注的条目是有意为之。它们原始的共线磁组态不参与预言；一旦磁子晶格被确定，后续流程就会独立地构造出与晶体学结构相容的补偿磁态。应用于真实材料时，额外的物理要求只是实验上未观测到可观的净磁化；已被确证为铁磁或亚铁磁的材料，本就不属于这一补偿磁体分类的直接目标。

8.2 候选生成

23,849 个标准化结构按上述对称性生成环节处理。对每种材料，先要求候选 SSG 的母空间群与非磁晶体学空间群重合、 $I_k \leq 4$ 且净磁化为零，据此筛出候选 SSG；再对每个幸存的 SSG 检验其与指定磁性 Wyckoff 位的相容性；若在位对称性约束允许非零磁矩，则显式构造相应的磁结构。

整个 Materials Project 搜索共测试了 8,916,418 个材料特定的候选 SSG。23,849 个输入结构中，23,428 个在当前搜索空间内至少有一个相容的零净磁矩磁候选，421 个没有。保留下来的 23,428 种材料共产生 825,243 个相容磁结构。

相容候选的数目因材料而异，跨度很大，因为它取决于晶体学空间群、磁性 Wyckoff 位以及与这些约束相容的 SSG。此过程不引入任何能量排序：所有成功构造的候选一律保留，并按其 SSG 对称性分类，最终预言由完整候选系综决定，而非由预先选定的磁组态决定。

8.3 S1–S6 分布

至少有一个相容候选的 23,428 种材料，按上文定义的 S1–S6 层级分类，结果见表 (S4)。

类别	材料数	候选集特征
S1	533	全部 $I_k \leq 4$ 候选自旋极化
S2	1,236	全部 $I_k \leq 4$ 候选非常规
S3	3,126	全部 $I_k = 1$ 候选自旋极化
S4	1,667	全部 $I_k = 1$ 候选非常规
S5	14,329	常规/非常规候选混合
S6	2,537	全部 $I_k \leq 4$ 候选常规

表 (S4) Materials Project 材料在 S1–S6 材料层面预言类别中的分布。

就完整的 $I_k \leq 4$ 候选系综而言, 1,769 种材料属于 S1 或 S2。对这些材料, 每个相容候选都是非常规的, 其非常规磁特征已被强约束, 无需任何关于磁胞尺寸的额外信息。其中的 533 个 S1 材料还满足更强的条件: 每个相容候选都是自旋极化的。

把候选集限制到 $I_k = 1$ 后, 受强约束的材料群明显扩大: S3 与 S4 分别含 3,126 与 1,667 种材料。综合所有类别看, 6,248 种材料的 $I_k = 1$ 候选集中只含非常规候选, 其中 3,345 种的候选全部自旋极化。这些数字说明, 磁有序不放大晶体学初基胞这一信息能带来可观的额外选择性。

保留材料中的大多数——14,329 种——属于 S5, 同时容许常规与非常规候选态。对这类材料, 仅凭晶体学结构与磁子晶格信息不足以选择性地把非常规磁特征确定下来。相比之下, 2,537 种材料属于 S6, 在当前搜索空间内只含常规候选。

更宏观地看, 23,428 种保留材料中有 20,891 种至少拥有一个非常规候选, 其余 2,537 种即只含常规候选的 S6 材料。因此, 规模小得多的 S1–S4 子集才是高通量搜索真正关心的成果: 它们不止于指出某些材料对称性上允许非常规磁性, 而是分离出了相容候选系综本身即对非常规或自旋极化磁特征构成强约束的材料。这批高选择性候选构成后续针对具体材料的计算与实验研究的首要目标集。

8.4 轻元素 S1–S4 材料目录

为呈现整个 Materials Project 搜索中优先级最高的材料, 随附代码仓库中收录了一份 PDF 目录, 列出满足轻元素组成过滤的全部 S1–S4 条目。当相关能标下自旋–轨道耦合可以忽略时, 非相对论性 SSG 描述最为直接适用 [13]。据此我们只从 Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu 中选取磁性物种, 并要求每种组分的原子序数满足 $Z \leq 36$ 。这一组成过滤旨在优先给出弱 SOC 行为的候选, 并非对材料 SOC 强弱的专门判定, 也不改变 S1–S6 分类。

目录共含 2,752 种材料: S1 有 178、S2 有 704、S3 有 1,356、S4 有 514, 相容磁候选合计 110,870 个。每条记录给出 Materials Project 编号、化学式、磁性物种、母空间群, 以及 $I_k = 1, 2, 3, 4$ 下各自的候选数目与自旋纹理标签。条目按其在 Materials Project 中的原始 AFM 或 FM 输入标注分组; 这些标注只反映数据来源, 并不代表实验确立的磁有序。PDF 作为独立附件提供, 与代码包一同存放于“代码可用性”一节指定的仓库。

9. VGe₃ 的第一性原理研究

9.1 晶体结构与候选系综

VGe₃ 提供了一个紧凑的范例: 材料层面的 S 类预言在这里可以一路推进到明确的第一性原理计算。本节考虑的 Materials Project 条目是 mp-672337。非磁母结构的空群为 $Pm\bar{3}n$ (第 223 号), 磁性 V 原子占据母晶体中单一套对称等价的 Wyckoff 位, 正好满足高通量流程所用的单晶格条件。

在当前的 $I_k \leq 4$ 搜索空间内, 流程只找到三个相容的零净磁矩磁候选, 汇总于表 (S5)。三个候选在倒空间都有一维自旋纹理, 按本文通篇的术语, 它们都是自旋极化的非常规磁态。因此 VGe₃ 属于 S1 类: 完整 $I_k \leq 4$ 系综中的每一个相容候选都自旋极化。这让 VGe₃ 成为一个选择性特别强的个例研究对象, 因为当前搜索空间内已不剩任何常规的零净磁矩候选。

候选	SSG	I_k	实空间磁几何	自旋纹理
01	223.1.2.3.L	1	共线	i 波
02	223.2.4.1.P	2	共面	f 波
03	223.2.4.4	2	非共面	f+i 波

表 (S5) 在 $I_k \leq 4$ 范围内为 VGe₃ (mp-672337) 生成的与 SSG 相容的零净磁矩候选。自旋纹理标签给出对称性允许的主导波阶; 对混合波的一维纹理, 则给出最低的奇数阶与偶数阶。国际记号的对照见表 (S1)。

这三个候选也说明候选系综这一表述方式的用处：它们的磁胞指标与实空间自旋几何各不相同，倒空间的定性特征却完全一致——都携带有限的一维自旋极化。 $I_k = 1$ 的候选是共线 i 波交替磁体；两个 $I_k = 2$ 的候选分别是共面 f 波态与非共面 f+i 波态。就后者而言，SSG 223.2.4.4 容许沿同一根极化轴出现从三阶起的奇性分量与从六阶起的偶性分量。三个候选因此在一个 S1 系综之内同时展示了偶波、奇波与混合波三种对称性。这些标签刻画的是由对称性生成的组态；自治过程最终达到的磁对称性另在下文单独检验。

9.2 对称性分析

SSG 分类在任何电子结构计算之前就已决定自旋极化允许的形式。对共线候选 223.1.2.3.I, 自旋纹理是一维的。把自旋量子化轴取为 $\hat{z}_s$ ，由 SSG 约束得到的最低非零不变量出现在动量的六阶：

$$F^{(6)}(\mathbf{k}) = k_y^2 k_z^4 - k_y^4 k_z^2 - k_x^2 k_z^4 + k_x^2 k_y^4 + k_x^4 k_z^2 - k_x^4 k_y^2. \quad (\text{S90})$$

对这个自旋守恒的共线候选，该基函数描述带符号自旋劈裂受对称性允许的动量依赖，不应理解为单个自旋本征态的自旋期待值大小。

我们把这称为 i 波自旋纹理，带符号的自旋劈裂就按这一基函数变换。若某个翻自旋的 SSG 操作把某一动量保持不变（至多差一个倒格矢），则在这样的动量处，由对称性联系的两个反自旋态简并。

对共面候选 223.2.4.1.P, 其 SSG 的母空间群为 223, 纯晶格子群中的 H 在 SSG 数据库里记作空间群 196, 实空间自旋表示是二维的。尽管如此，其动量空间自旋纹理仍是一维，在能带计算所用的自旋坐标系中自旋轴沿 $\hat{z}_s$ 。最低阶基函数为

$$F^{(3)}(\mathbf{k}) = k_x k_y k_z, \quad (\text{S91})$$

也就是下文解读计算所得自旋投影能带时使用的 f 波形式。这里的 k_x 、 k_y 、 k_z 指回折前母立方胞的倒空间坐标，而不是 $I_k = 2$ 的 VASP 计算所用加倍磁胞的倒空间坐标。

候选 02 与 03 使用的 $I_k = 2$ 磁胞，其从母立方基到磁胞基的实空间变换可以写成

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad |\det M| = 2. \quad (\text{S92})$$

若 (K_1, K_2, K_3) 是回折后磁胞基下的倒空间坐标，则母胞倒空间坐标为

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix} &= M^{-T} \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{S93})$$

等价地，

$$2k_x = -K_1 + K_2 + K_3, \quad 2k_y = K_1 - K_2 + K_3, \quad 2k_z = K_1 + K_2 - K_3. \quad (\text{S94})$$

式 (S91) 的通常节面是 $k_x = 0$ 、 $k_y = 0$ 与 $k_z = 0$ 。在回折后的布里渊区中，同样的零自旋约束也可能出现在区界面上：小群操作可以把 $\mathbf{k}$ 映回同一个晶体学动量（至多差一个倒格矢），同时反转 $\hat{z}_s$ 。于是回折区的零自旋条件可以写成

$$-K_1 + K_2 + K_3 \in \mathbb{Z}, \quad K_1 - K_2 + K_3 \in \mathbb{Z}, \quad K_1 + K_2 - K_3 \in \mathbb{Z}. \quad (\text{S95})$$

$I_k = 2$ 计算所用的回折能带路径为

$$\Gamma \rightarrow X \rightarrow M \rightarrow R \rightarrow \Gamma, \quad (\text{S96})$$

各端点在回折倒空间基下为

$$\Gamma = (0, 0, 0), \quad X = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad M = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right), \quad R = (1, 1, 1) \quad (\text{S97})$$

按式 (S93)，这四段路径对应的母胞路径列于表 (S6)。前三段至少满足式 (S95) 中的一条回折区零自旋条件，因而服从下文给出的零极化约束。 $R \rightarrow \Gamma$ 段的内部不受这种保护，是所画路径中唯一允许 f 波自旋劈裂的部分。

路径段	回折磁胞路径	母胞路径	σ_z 劈裂
$\Gamma \rightarrow X$	$(0, t, t)$	$(t, 0, 0)$	禁戒
$X \rightarrow M$	$(t, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + t)$	$(\frac{1}{2}, t, 0)$	禁戒
$M \rightarrow R$	$(\frac{1}{2} + t, \frac{1}{2} + t, 1)$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, t)$	禁戒
$R \rightarrow \Gamma$	(q, q, q)	$(\frac{q}{2}, \frac{q}{2}, \frac{q}{2})$	端点以外允许

表 (S6) VGe₃ f 波候选回折后 $I_k = 2$ 能带路径的对称性解读。母胞坐标由式 (S93) 得到。

作为补充，保护判据可以直接用 SSG 操作表述。若某个 SSG 操作

$$g = \{U \parallel R \mid \tau\} \quad (\text{S98})$$

满足

$$R\mathbf{k} = \mathbf{k} + \mathbf{G} \quad (\text{S99})$$

且其有效自旋作用反转这一维自旋轴，

$$U_{\text{eff}}\hat{z}_s = -\hat{z}_s, \quad (\text{S100})$$

则非简并 Bloch 态必有 $S_{z(\mathbf{k})} = -S_{z(\mathbf{k})}$ ，即 $S_{z(\mathbf{k})} = 0$ 。对于构成完整对称性不变子空间的简并多重态，相应的约束是该多重态上的自旋迹为零。表 (S6) 中三段受保护路径上，可以选取的代表操作如下，均以母立方倒空间坐标写出。在 $\Gamma \rightarrow X$ 上，操作

$$R_{\Gamma X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_{\text{eff},\Gamma X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{S101})$$

使 $(t, 0, 0)$ 保持不变并反转 $\hat{z}_s$ 。在 $X \rightarrow M$ 上，操作

$$R_{XM} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad U_{\text{eff},XM} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{S102})$$

使 $(\frac{1}{2}, t, 0)$ 保持不变并反转 $\hat{z}_s$ 。在 $M \rightarrow R$ 上，起作用的是回折区边界处的小群条件，一个代表操作为

$$R_{MR} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_{\text{eff},MR} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (\text{S103})$$

$$\tau = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

它把

$$R_{MR}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, t\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, t\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, t\right) + (0, -1, 0), \quad (\text{S104})$$

因此动量在反转自旋纹理轴的同时回到回折布里渊区的同一点。这就在 $M \rightarrow R$ 上对非简并态施加零极化、对对称性不变的简并多重态施加零自旋迹，尽管母胞多项式 $k_x k_y k_z$ 在 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, t)$ 上并不为零。

9.3 计算细节

第一性原理计算用 VASP 6.4.1 完成，采用 PBE 交换关联泛函与 PAW 赝势。此处讨论的代表性计算使用 DFT+ U ，对 V 的 3d 轨道取 $U = 3$ eV、 $J = 0$ 、 $L_{\text{MAXMIX}} = 4$ ，平面波截断 500 eV，并用 $\sigma = 0.05$ eV 的高斯展宽。原子坐标与晶格矢量都固定为对称性生成的结构，因此这些计算比较的是同一晶体学几何下的磁态，并未做完整的结构弛豫。自洽计算在相应磁胞中采用 Γ 心的 $9 \times 9 \times 9$ 网格。计算不含自旋-轨道耦合，故所得自旋极化应当与非相对论性的 SSG 预言对照。

共线的 223.1.2.3.L 态用 VASP 的共线计算求得。为与两个 $I_k = 2$ 态直接比较能量， $I_k = 1$ 的磁图案另外放进一个平凡的加倍胞中，该胞含四个 V 与十二个 Ge 原子。两个 $I_k = 2$ 候选用 VASP 的非共线计算。共面候选的初始化取前四个 V 磁矩正比于

$$(0, 1, 0), (0, -1, 0), (1, 0, 0), (-1, 0, 0), \quad (\text{S105})$$

Ge 磁矩的初值取为零。非共面候选的初始化则取 V 磁矩正比于

$$(0, 0.811176, 0.584802), (0, -0.811176, 0.584802), \\ (0.811176, 0, -0.584802), (-0.811176, 0, -0.584802). \quad (\text{S106})$$

表 (S7) 的能量比较在三组计算中对 V 与 Ge 使用同一套标准价电子 PBE PAW 赝势。共面 f 波态比共线 i 波态低 825.94 meV（每个 16 原子胞），折合每个化学式单位 206.48 meV。不受约束的非共面初态在弛豫后落入共面 f 波态，说明在这一计算方案下共面磁序在能量上更受青睐。

候选	初始化	初始 SSG	$E_{\{\sigma \rightarrow 0\}}$ (eV)	ΔE (meV/化学式单位)
01	共线 i 波态	223.1.2.3.L	-75.18658947	206.48
02	共面 f 波态	223.2.4.1.P	-76.01252727	0
03	非共面 f+i 波态	223.2.4.4	-76.01252602	0.00031

表 (S7) 取 $U = 3$ eV 时 VGe₃ 各候选态的代表性 DFT+ U 能量，所有条目使用同一套标准 PAW 数据集。能量以 16 原子比较胞中的 $E_{\{\sigma \rightarrow 0\}}$ 报告。各行标签标识的是初始组态；共面与非共面两种初态在数值精度内收敛到同一个共面态。

最终局域磁矩表明低能解仍是磁性的。在共面 f 波计算中，四个 V 磁矩收敛到大约

$$(0, 2.772, 0), (0, -2.772, 0), (2.772, 0, 0), (-2.772, 0, 0) \mu_B, \quad (S107)$$

总磁矩为零，Ge 上感应的磁矩可以忽略。

我们还换用其他 PAW 选择、并把 U 在 0–5 eV 之间变动做了额外检验。这些计算有助于判断能量趋势的稳健性，但不同 PAW 数据集的总能量不能直接相减，因为它们的能量参考零点与价电子数目都不同。在每一套内部自治的 PAW 分支内，共面 f 波解在所测试的整个 U 区间上都低于共线 i 波解。这支持把共面态作为有代表性的低能 S1 实现；至于「VGe₃ 的全部候选都是自旋极化的」这一主要结论，它来自 SSG 对称性，不依赖能量细节。

为考察非共面候选的电子结构，我们引入一个惩罚泛函，它约束局域磁矩的方向而让其大小自由弛豫。正文图 2d 所用的组态以收敛后的共面电荷密度为初态，再朝非共面方向倾转 10°，V 磁矩取正比于

$$(0, \cos 10^\circ, \sin 10^\circ), (0, -\cos 10^\circ, \sin 10^\circ), \\ (\cos 10^\circ, 0, -\sin 10^\circ), (-\cos 10^\circ, 0, -\sin 10^\circ). \quad (S108)$$

按 VASP 的约定，惩罚强度取 $\lambda = 10$ 。由此得到的受约束组态给出正文图 2d 中的非共面能带，不参与无约束的能量比较。

9.4 能带结构

正文图 2b–d 的能带沿同一条物理动量路径比较三个候选。计算与自旋投影的具体步骤见正文的方法部分。

共线 i 波态在守恒的两个自旋通道之间显示劈裂。对共面 f 波态，SSG 对称性在 $\Gamma \rightarrow X$ 、 $X \rightarrow M$ 与 $M \rightarrow R$ 上强制自旋极化为零，其中对简并态的约束按上文所述理解为自旋迹为零。非零极化在 $R \rightarrow \Gamma$ 段的内部既被允许、也被观测到。

受约束的非共面组态保留了 $R \rightarrow \Gamma$ 上的极化，并在 $X \rightarrow M$ 上发展出额外的自旋极化劈裂。这些特征把它相加式的 f+i 波响应与两个极限态联系起来，详见第 10 节。

10. 非共面磁序带来的混合波磁性

混合波磁性把奇、偶两种动量依赖合并在一副一维自旋纹理之中。理解其由来，要把两条不同的对称性约束分开：一条把自旋极化限制在固定轴上，另一条限制它在动量反演下的宇称；即使后者不存在，前者依然可以成立。本节先说明这一区分，再用 VGe₃ 的三个对称性相容候选，把混合波磁性与共线交替磁性、共面奇波磁性联系起来，随后展示两种极限态的节面如何相交，给出混合波态受保护的节线。

10.1 没有确定宇称的自旋极化

对一维纹理，一般动量处的 SSG 约束把极化限制为 $S(\mathbf{k}) = s(\mathbf{k})\hat{n}$ 。这一限制来自在一般动量处局域作用的那些操作：它们的自旋部分有一个一维的公共不变子空间。但仅凭这一点，并不能决定 $s(\mathbf{k})$ 在 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 之间如何变换。

要把宇称这条独立条件写清楚，可考察式 (S53) 中的标量变换律，并把有效动量作用记作 $D_g = \det(U)R$ 。若某个操作满足

$$D_g = -I, \quad U\hat{n} = \eta_g\hat{n}, \quad \eta_g = \pm 1, \quad (S109)$$

那么它在每一个动量处都给出 $s(\mathbf{k}) = \eta_g s(-\mathbf{k})$ ： $\eta_g = +1$ 时极化为偶， $\eta_g = -1$ 时为奇。在共线与共面的自旋极化态中，上文讨论的宇称约束由纯自旋对称性提供。非共面磁组态没有与之对应的、能锁定宇称的非平凡纯自旋对称性，不过其自旋–空间联合操作仍可能施加这类约束。可见仅凭非共面本身推不出混合波对称性。

当没有任何操作能锁定单一宇称、而其余 SSG 操作仍把自旋子空间压在一维时，混合波对称性才成为可能。这时奇、偶两个扇区的多项式约束必须分别考察。若两个扇区都容许非零基函数，同一个标量极化就会同时容下两份贡献，

$$s(\mathbf{k}) = s_{\text{odd}(\mathbf{k})} + s_{\text{even}(\mathbf{k})}, \quad s(-\mathbf{k}) = -s_{\text{odd}(\mathbf{k})} + s_{\text{even}(\mathbf{k})}, \quad (S110)$$

只要两份贡献都在，整幅纹理就既非奇也非偶。失去确定宇称，与极化轴固定、净磁化为零并不矛盾。对称性分类给出的是允许的扇区，各扇区的振幅则由电子结构决定。

共线自旋–轨道磁体中也提出过类似的混合宇称自旋劈裂 [22]。该方案建立在自旋–轨道交替磁性的框架 [40] 之上，在存在交错子格势的条件下借助圆偏振光实现混合宇称。对本文考虑的非共面候选，磁组态自身的 SSG 就把自旋极化约束在固定轴上，同时容许奇、偶两种动量依赖。这为混合波磁性提供了一条不需要额外自旋–轨道序、也不需要外部驱动的路径。

10.2 在 VGe₃ 中联结交替磁序与共面奇波序

VGe₃ 的各候选通过实空间磁矩的简单倾转，把两个宇称扇区联系起来。倾转角 θ 从 xy 自旋平面量起，于是 $\theta = 0$ 是共面极限， $\theta = \frac{\pi}{2}$ 是垂直的共线极限。加倍磁胞中的四个 V 位点，其磁矩可写成

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_1 &= m(0, \cos \theta, \sin \theta), & \mathbf{m}_2 &= m(0, -\cos \theta, \sin \theta), \\ \mathbf{m}_3 &= m(\cos \theta, 0, -\sin \theta), & \mathbf{m}_4 &= m(-\cos \theta, 0, -\sin \theta). \end{aligned} \quad (\text{S111})$$

四个磁矩大小相等，对任意 θ 求和都为零。 $\theta = 0$ 时它们复现共面的 223.2.4.1.P 候选，奇性 f 波极化垂直于自旋平面； $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时只剩沿 $\hat{z}_s$ 的补偿共线图案 (+, +, -, -)。此时前两个 V 位在母胞平移下彼此等价，后两个亦然。约化回母初基胞便得到共线的 223.1.2.3.L 候选，具有偶性 i 波的交替磁对称性。

在一般的中间角度，磁矩同时含有共面图案和一个垂直的交错分量。这一非共面组态实现的是 223.2.4.4：其 SSG 保留固定的倒空间极化轴 $\hat{z}_s$ ，并容许奇性 f 波与偶性 i 波两个扇区。两者允许的最低阶数分别为 3 与 6，以母立方动量坐标写出的主导基函数为

$$\begin{aligned} F^{(3)(\mathbf{k})} &= k_x k_y k_z, \\ F^{(6)(\mathbf{k})} &= (k_x^2 - k_y^2)(k_y^2 - k_z^2)(k_z^2 - k_x^2). \end{aligned} \quad (\text{S112})$$

对每个由 θ 指定的磁组态，这些允许贡献的振幅都由电子结构确定。把它们记作 $A_{f(\theta)}$ 与 $A_{i(\theta)}$ ，主导纹理即

$$\mathbf{S}(\mathbf{k}; \theta) = [A_{f(\theta)} F^{(3)(\mathbf{k})} + A_{i(\theta)} F^{(6)(\mathbf{k})} + \dots] \hat{z}_s. \quad (\text{S113})$$

相加式的 $f + i$ 标签指的就是 S_z 的这两项实际贡献，其中 i 表示六阶波动序。这里的 θ 标记实空间磁组态，省略的项是两个宇称扇区中更高阶的贡献。共面端点只容许奇项，共线端点只容许偶项，因此

$$A_{i(0)} = 0, \quad A_{f(\frac{\pi}{2})} = 0. \quad (\text{S114})$$

同样的宇称限制也作用于高阶项。在两个端点之间，两个扇区在对称性上都是允许的；两者并存时，纹理沿同一根自旋轴兼有共面态的奇波特征与交替磁体的偶波特征。所谓两种极限态共同给出混合波磁性，指的就是这种并存。

对称性既不能确定这两个振幅，也不要求它们按 $\cos \theta$ 与 $\sin \theta$ 变化；电子响应必须针对合并后的磁组态实际计算。倾转构造只把三个候选的对称性联系起来，并不能判定它们的能量稳定性。在上文所述的代表性无约束计算中，非共面初态弛豫向共面解。

10.3 从节面到受保护的节线

主导基函数让节面结构的改变变得明确。在纯共面 f 波极限下，极化为零出现在过 Γ 的三个平面上，

$$F^{(3)(\mathbf{k})} = 0 \iff k_x = 0 \text{ 或 } k_y = 0 \text{ 或 } k_z = 0. \quad (\text{S115})$$

在共线 i 波极限下，相应条件给出六个平面，

$$F^{(6)(\mathbf{k})} = 0 \iff k_x = \pm k_y \text{ 或 } k_y = \pm k_z \text{ 或 } k_z = \pm k_x. \quad (\text{S116})$$

对这两个已因式分解的基函数而言，三个与六个线性节因子正对应它们的三阶与六阶波动标记。

两个扇区并存时，标量极化为 $s = A_f F^{(3)} + A_i F^{(6)} + \dots$ 。仅 $F^{(3)}$ 归零的平面上可以带有非零的 i 波贡献，仅 $F^{(6)}$ 归零的平面上可以带有非零的 f 波贡献。两项主导贡献共同的零点满足

$$F^{(3)(\mathbf{k})} = 0, \quad F^{(6)(\mathbf{k})} = 0. \quad (\text{S117})$$

例如在 $k_x = 0$ 平面内，第二个条件化为

$$F^{(6)(0, k_y, k_z)} = -k_y^2 k_z^2 (k_y^2 - k_z^2) = 0, \quad (\text{S118})$$

于是该平面内只剩 $k_y = 0$ 、 $k_z = 0$ 与 $k_y = \pm k_z$ 。把另外两个坐标平面中的类似交线一并计入，过 Γ 共有九条互不相同的直线：三条沿 $\langle 100 \rangle$ ，六条沿 $\langle 110 \rangle$ 。

这些公共直线受混合态 SSG 保护，保护并不限于保留到主导阶的展开。每条直线上都有 223.2.4.4 的某个操作把动量钉住并反转极化，从而要求 $s = -s = 0$ 。这些翻自旋操作的不动动量子空间是一维的，不存在过 Γ 的二维不动子空间。因此混合态在奇波节面与偶波节面的交线上保留受保护的节线，而两族节面都不再作为整体受保护。当两项都非零时，它把自旋极化的两种允许贡献合在一起，没有确定的动量反演宇称。

受保护直线只是标量极化 $s(\mathbf{k})$ 整个零点集的一部分。符号相反、彼此由对称性联系的区域，必须由连续极化场的零点隔开。三维中的非零实解析标量场，其分隔正负区域的零点总包含二维层片；仅有普通直线或孤立点无法把正、负区域分开。在正则零点处，即 $\nabla_{\mathbf{k}} s \neq 0$ 的地方，零点集局部是一张光滑的二维曲面。连续性要求存在起分隔作用的零点，正则性决定这些零点的局部光滑程度，但两者都限定不了它们的具体形状与整体数目。混合波态里，奇、偶贡献相互抵消，一般会把这类曲面从两个分量各自的节面移开，其几何形状由振幅与高阶项决定。九条受保护直线仍由 SSG 固定，周围的节面却可以形变。因此，从受保护节面到受保护节线的这一变化，刻画的是节点中被对称性钉住的那个子集，而不是把整个零点集压缩成一维。就极化场而言，这些节点表示自旋极化为零；它们与电子能带简并的关系需要另行分析。

11. 四方相 Fe_2SiO_4 的能量筛查

Materials Project 条目 mp-18816 的母空间群为四方 $I 4_1/\text{amd}$ (第 141 号)。构造出的 15 个 $I_k \leq 4$ 零净磁矩候选全部非常规, 该结构因此属于 S2。这一系综含一个共线 d 波态、五个共面 p 波态、一个共面 f 波态、五个非共面 p+d 波态、一个非共面 f+d 波态、一个共面的二维纹理和一个非共面的三维纹理。

六个共面奇波候选各有一个非共面混合波对应态。按表 (S8) 中的候选编号, 配对为 04/07、05/06、08/11、09/10、12/14 与 13/15。把生成的 Fe 磁矩映射到共同的晶体学位点可以看出: 每个混合组态都等于相应的共面图案加上一个垂直的交错分量, 后者在各位点上的符号图案与共线 d 波候选 01 相同, 二者至多差一个整体自旋转动与各分量的振幅。于是五对候选把 p 波与 p+d 波对称性连起来, 剩下的一对把 f 波与 f+d 波连起来。这一构造联系的是实空间磁组态及其允许的宇称扇区, 并不意味着可以把二者分别算出的能带或能量线性叠加。

计算设置与磁胞网格见方法部分。最后一个电子步的能量变化都低于每个 Fe 原子 10^{-5} eV。能量按每个 Fe 原子归一, 并以 SSG 141.2.4.3.P 的共面 f 波候选为参考零点。

候选	SSG	ΔE (meV/Fe)	纹理维数
01	141.1.2.6.L	2.031	1
02	141.1.8.2.P	4.361	2
03	141.1.8.34	4.379	3
04	141.2.4.1.P	5.254	1
05	141.2.4.3.P	0.000	1
06	141.2.4.12	2.355	1
07	141.2.4.2	4.152	1
08	141.3.2.1.P	4.163	1
09	141.3.4.2.P	7.905	1
10	141.3.4.11	7.097	1
11	141.3.4.7	3.866	1
12	141.4.4.1.P	9.906	1
13	141.4.4.2.P	3.626	1
14	141.4.4.3	8.056	1
15	141.4.4.7	3.324	1

表 (S8) 正文图 2e 所示 15 个 Fe_2SiO_4 候选的相对能量, 按每个 Fe 原子归一, 并以能量最低的候选为参考零点。SSG 标签指所构造的候选, 国际记号的对照见表 (S1)。

计算得到的局域磁矩保持约 $3.70 \mu_B$ 的 Fe 磁矩。各候选的输入 SSG 操作集在 $0.005 \mu_B$ 的局域磁矩容差内得到保持, Fe 磁矩原始操作残差的最大值为 $0.004 \mu_B$ 。候选 03、06、07 与 12–15 的数值 SSG 标识, 无论输入还是输出都没有终止于某个群号, 其标签取的是目标 SSG 编号; 依据是对磁矩做对称化之后完整操作集能够逐一匹配, 单点最大修正量为 $0.00224 \mu_B$ 。这一对称性检验独立于能量次序, 支持了上述候选指认。