

碳化硅色心在纳米光子结构中的规模化集成

Raphael Wörnle^{1,2,3,†}, Jonas Schmid^{4,5,†}, Dennis Grüner^{1,2}, Jonah Heiler^{4,5}, Flavie Davidson-Marquis^{4,5}, Georgy V. Astakhov⁶, Vadim Vorobyov^{1,2}, Florian Kaiser^{4,5}, Jonathan Körber^{1,2}, Jörg Wrachtrup^{1,2,3}

¹ 斯图加特大学第三物理研究所, 德国斯图加特

² 集成量子科学技术中心, 德国斯图加特

³ 马克斯·普朗克固体研究所, 德国斯图加特

⁴ 卢森堡科学技术研究所 (LIST), 量子材料部, 卢森堡贝尔瓦尔

⁵ 卢森堡大学, 卢森堡贝尔瓦尔

⁶ 亥姆霍兹德累斯顿罗森多夫中心, 离子束物理与材料研究所, 德国德累斯顿

[†] 这些作者贡献相同; 联系邮箱: raphael.woernle@pi3.uni-stuttgart.de

arXiv:2609.27601v1 [quant-ph], 2026 年 9 月 23 日; 中文译本编译于 2026-09-26

摘要

碳化硅中的色心是量子技术的一个很有前景的平台: 它既有可供操控的电子自旋, 也有可用于存储与处理量子信息的长相干核自旋, 还能发射单光子以支撑量子通信。光子收集效率低是这个平台的长期难题, 常见的对策是把色心集成进纳米光子结构。本工作给出一种可规模化的方法, 把色心确定性地集成到碳化硅纳米柱里: 用同一张纳米尺度的掩模, 先通过它注入氧相关色心 (PL5、PL6) 的前驱离子, 再以它为刻蚀掩模干法刻蚀出纳米柱。纳米结构内色心产率偏低的难题由此化解, 各项指标与体样品相当。PL5 的计数率增强最高达一个数量级, PL6 达四倍, 自旋相干时间保持不变。该方法可以直接推广到其他固态平台和其他离子注入型色心, 是色心高效集成进纳米结构的一条可规模化路线。

1 引言

固体中的自旋缺陷是量子技术最主要的平台之一 [1], 在 (分布式) 量子计算 [2]、量子传感 [3] 与量子通信 [4], [5] 方面都很有前景。继金刚石色心的开创性工作 [6], [7] 之后, 氮化镓 [8]、硅 [9], [10]、碳化硅 (SiC) [11], [12] 等其他固体材料也陆续成为宿主晶体。4H-SiC 尤其有吸引力: 通过同位素纯化可以调控核自旋环境 [13], 工艺与 CMOS 兼容因而具备可扩展的潜力 [14], [15], 还承载着多种带自旋的色心 [16], [17], [18]。面向量子通信的候选者是双空位 ($V_C V_{Si}$) 与硅空位 (V_{Si}) 色心: 前者电子自旋相干时间长 [19], [20], 后者拥有寿命极限的光学跃迁 [21], [22], 而且最近已经演示了自旋-光子纠缠 [23] 和电子自旋单次读取 [24], [25]。更近些, PL5 与 PL6 色心——很可能是氧空位中心 $O_C V_{Si}$ [26], [27], [28]——凭借约 100 kcps 的高光学计数率和 30% 左右的自旋读取对比度受到越来越多的关注, 在室温量子传感上特别有吸引力 [29], [30], [31], [32]。

要让 SiC 量子技术越过这些标志性演示继续往前走, 关键之一是高效的光子接口: 压低光子损耗、增强信号 [33], [34]。除了利用 Purcell 效应的光学微腔 [35], [36], 人们也用宽带光学天线 [37]、固体浸没透镜 (SIL) [38], [39] 和纳米柱 [40] 这类无源结构来弥补体材料收集效率的不足。就实验而言, 体材料纳米柱能带来最高约五倍的光子收集增强, 制备和使用都相对简单, 而且和 SIL 一样可以靠光刻加干法刻蚀大批量做出来 [41], [42]。

难点在于如何把色心在空间上精确地放进这些结构里。已有工作要么完全随机地布置缺陷位置 [40], [43], 要么只能确定深度、横向位置仍靠概率 [44], [45]; 确定性填满整根柱子的演示此前只做到色心系综层面 [45]。激光直写是另一条路: 在已做好的纳米光子结构内部直接写出色心 [46], [47], 空间控制很好, 但一次只能处理一根结构, 难以扩展到大阵列。

我们的做法是把两件事合用同一张掩模: 在开孔的聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 掩模上做离子注入以产生单个色心 [22], [48], 再用同一掩模经干法刻蚀做纳米柱 [41], [43]。注入位点与柱位由同一张 PMMA 掩模定义, 色心天然就长在柱子里, 只剩横向位置存在随机性。我们以 SiC 中柱集成的 PL5 与 PL6 色心演示了这条工艺, 并以体材料样品作参照: 柱集成色心的产率与体材料相当, 印证了色心确实长在柱内; 计数率提升最高达一个数量级, 室温自旋相干性质保持不变。这项工作给出了一条可规模化的色心-纳米光子集成路线, 可直接用于其他色心体系与宿主晶体。

2 柱结构概念与制备

2.1 制备与规模化集成

实验用 4H-SiC 晶圆为自然丰度衬底, 外延层厚 10 μm , 外延层氮掺杂浓度 $8 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 。纳米柱按图 1 (a)–(d) 的流程制备。荧光收集有两条路径 (图 2 (e)、(f)): 一种是先前工作常用的做法 [40], [43], [45],

直接从体样品刻出纳米柱，用物镜从柱顶方向收集集成色心的发射，本文称之为“体柱”；另一种增强更强的做法是在几十微米厚的薄膜上做锥形纳米柱，从膜背面收集——金刚石里已有先例 [49]。柱的锥形把色心发射向平坦膜面汇聚（图 1 (d) 中朝下方向），用对面的物镜即可高效收集，本文称之为“膜柱”。

膜柱样品与体柱样品的不同只在衬底减薄：我们用研磨加化学机械抛光把晶圆减到 30–40 μm 厚 [50]，其余工艺两种样品完全相同。流程如下。先在样品表面旋涂 400 nm 厚的 PMMA，用电子束光刻在 PMMA 上刻出直径 300–800 nm 的孔阵。随后以 30 keV 能量、 2.5×10^{11} ions/ cm^2 剂量经 PMMA 孔注入不同离子，在 SiC 中产生空位；孔外的 PMMA 足够厚，可以挡住离子（细节见附录 B）。本研究先后注入过碳、氮、氧三种离子，对应我们对 PL5、PL6 色心成分认识的演变（进一步讨论见附录 B）。为了对照，柱集成样品之外还平行制备了一批体材料参考样品，注入与退火配方完全相同，以便把注入离子种类的影响与纳米柱工艺的影响分开评估。

注入完成后，用电子束蒸发在样品表面镀 250 nm 镍层，再在丙酮中浸泡至多一小时做剥离 (lift-off)，把 PMMA 之上的镍连同 PMMA 一起去掉。这一步是整个方法的关键：剥离后留在 SiC 表面的镍圆片恰好盖在注入过离子的位置上，天然成为后续刻蚀的掩模。

纳米柱用反应离子刻蚀 (RIE) 把镍掩模图形转移到 SiC 上。柱高刻到约 2.5 μm 后停机，把样品浸入稀硝酸数小时去除镍掩模。最后用 piranha 溶液清洗，并按 [32] 的配方在真空中两步退火（500 $^{\circ}\text{C}$ 保 2 小时、900 $^{\circ}\text{C}$ 保 1 小时），让柱内空位转变成 PL5 与 PL6 色心。

无论体柱还是膜柱，柱子底部都略呈锥形，锥角 $\alpha = 92^{\circ}$ – 98° ，顶部为圆柱段（见附录 D 的 SEM 表征）。如图 1 (d) 所示，每根柱由顶径 d_{up} 、底径 d_{bot} 、相对体材料或膜面的柱高 h_p 完全描述，膜柱另加膜厚 t_m 。

除此之外，我们在研究后期又做了第三种柱变体，称为“刻蚀柱”：在上述体柱样品完成制备后，再把表面约 25 nm 刻蚀掉。这一步的目的是压制纳米柱工艺残留镍带来的荧光本底——已有工作表明，从表面去掉几十纳米就足以清除其中大部分 [34]。

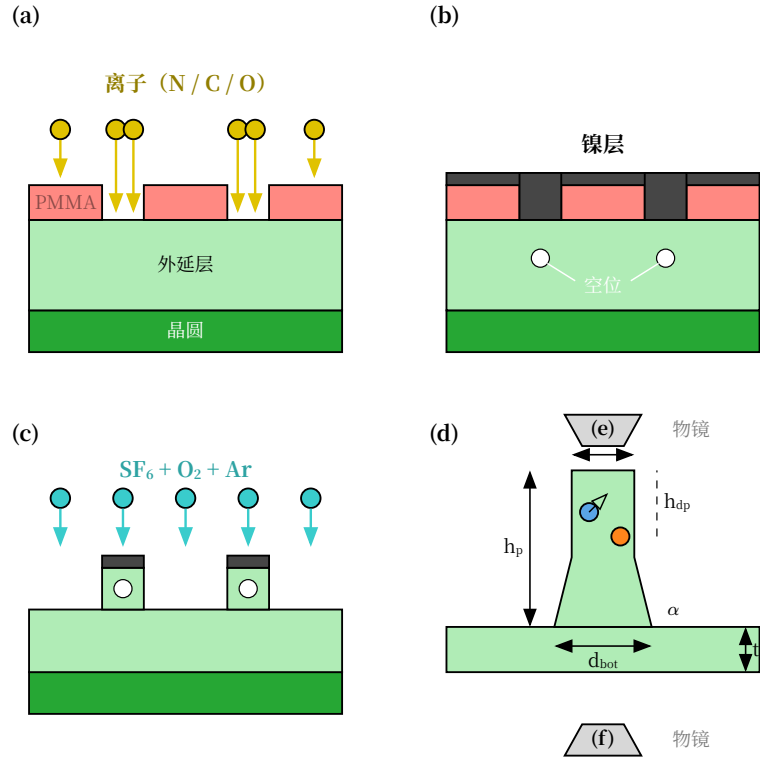


图 1 集成色心的纳米柱的制备与优化。(a) 在 400 nm 厚的旋涂 PMMA 层上用电子束光刻注入掩模孔，并注入氮、碳或氧离子在 SiC 晶格中产生空位。(b) 电子束蒸发 250 nm 镍层；随后的剥离将留下镍刻蚀掩模，孔中的空位已经形成。(c) 反应离子刻蚀制备纳米柱。(d) 刻蚀完成后柱子的示意，标注各参数：顶径 d_{up} 、底径 d_{bot} 、柱高 h_p 、膜厚 t_m 、底部锥角 α 与偶极子深度 h_{dp} 。柱内蓝点示意 PL5 的 c 轴偶极子、橙点示意 PL6 偶极子。PL5 与 PL6 色心由两步热退火产生，退火前用稀硝酸去除镍掩模。(e)、(f) 物镜分别表示从柱顶（体检测）与从膜背面（膜检测）两种收集几何，对应图 2。（译者注：(a)–(d) 原图为位图，此四联示意图以 CeTZ 重绘。）

2.2 纳米柱的优化

柱子几何用 FDTD 仿真 (Lumerical Inc.) 优化：计算位于柱内高度 h_{dp} 处的偶极子能被数值孔径 $\text{NA} = 1.35$ 、浸没油 $n = 1.52$ 的物镜收集到的发射（与下文实验一致），再与偶极子在无结构体材料中的结果对比，得到预期的计数率增强。柱顶径在 $d_{\text{up}} = 200$ – 900 nm 范围内的仿真结果见图 2 (e)、(f)，柱高 $h_p = 2.5 \mu\text{m}$ ，

偶极子深度 $h_{dp} = 50$ nm (这两个固定参数的选取依据见附录 C)。上排对应体柱、下排对应膜柱。PL5 与 PL6 各用两个正交偶极子建模：按 [51] 的实验结果，PL5 用一个平行于 c 轴、一个垂直于 c 轴的偶极子；PL6 用两个位于 c 面内（都垂直于 c 轴）的正交偶极子。

图 2 (e)、(f) 中的叉号给出偶极子处于理想位置时的最大预期增强，是最佳情形；圆点则是九个偶极子位置（从柱边壁到柱心等距分布）的平均值，对应实验中色心横向位置随机的情形。体收集方向上，PL5 与 PL6 的预期增强相近；膜收集方向上，PL5 超过 PL6。对整根柱取平均，体柱的仿真最大平均增强为 PL5 4.5 $\times$ 、PL6 4.2 $\times$ ；单色心放在理想位置时最高可达 PL5 6.9 $\times$ 、PL6 5.8 $\times$ 。膜柱的平均最大增强仿真值为 PL5 21.7 $\times$ 、PL6 12.6 $\times$ ，单个发射体的最高增强为 PL5 34.3 $\times$ 、PL6 20.0 $\times$ 。仿真还预测，PL5 的最大增强在柱顶径约 600 nm 处有一个陡峭的台阶式跳变：PL5 的偏振独特，柱内的传播模式在此处发生改变（进一步讨论见附录 C）。综合图 2 (e)、(f)，我们选择制备顶径 300–800 nm 的柱子，以覆盖体检测与膜检测两种情形下的增强峰值。

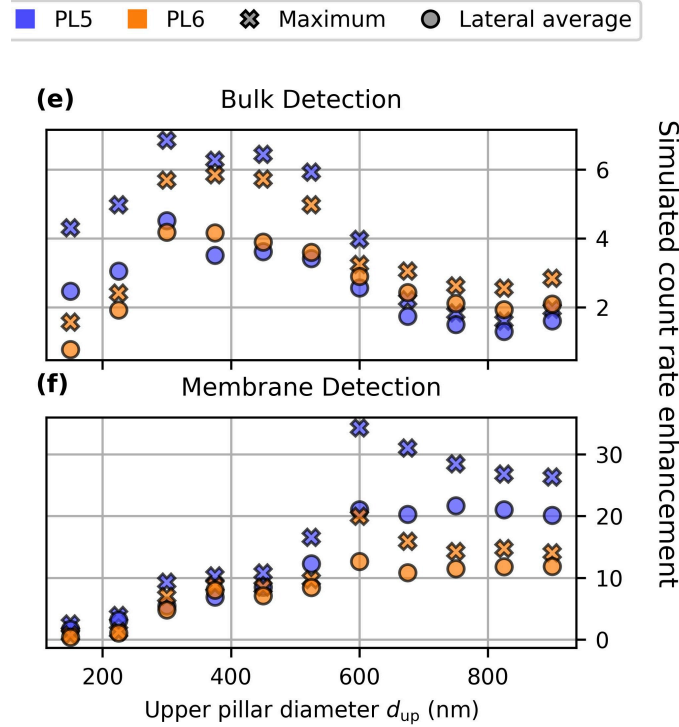


图 2 柱内偶极子相对未结构化样品的仿真计数率增强：(e) 从柱上方收集（体检测），(f) 从膜背面收集（膜检测）。蓝色（橙色）对应与 PL5（PL6）色心取向一致的偶极子。叉号给出偶极子处于理想位置时的最大仿真增强（最佳情形），圆点为偶极子在柱内均匀随机分布时的横向平均。图例：蓝=PL5，橙=PL6，叉=最大值，圆=横向平均。（译者注：本图为原论文图 1 的 (e)、(f) 数据面板，自原图裁出。）

3 结果与讨论

3.1 体 SiC 中色心的产生

按纳米工艺完成制备后，先在体材料中表征色心，把注入离子种类的影响与纳米柱工艺的影响分开。为此，平行制备的体样品与柱集成样品使用完全相同的注入与退火配方。

图 3 (a) 给出 PL5 色心在零磁场下的典型连续波光探测磁共振（CW-ODMR）谱及双洛伦兹拟合，对比度 15%；图 3 (b) 是 PL6 的谱，对比度 18%。PL6 的两个共振谷在未加外磁场时仍明显劈开，我们归因于测量装置中样品附近的局域磁场——很可能来自物镜的磁化，其他工作也有过类似报道 [37]。两个共振谷的中心频率算得 1351 MHz，与文献中 PL6 的零场劈裂一致 [29]。为确认注入缺陷确为单个色心，我们做了二阶自相关测量（图 3 (c)）：PL5 与 PL6 分别得到 $g^2(0) = 0.19(1)$ 与 $0.22(1)$ ，均满足 $g^2(0) < 0.5$ 的单发射体判据。饱和测量给出体材料中单个 PL5、PL6 色心的饱和计数率分别为 85.0 ± 0.6 kcps 与 233.1 ± 1.8 kcps，曲线见 图 3 (d)。

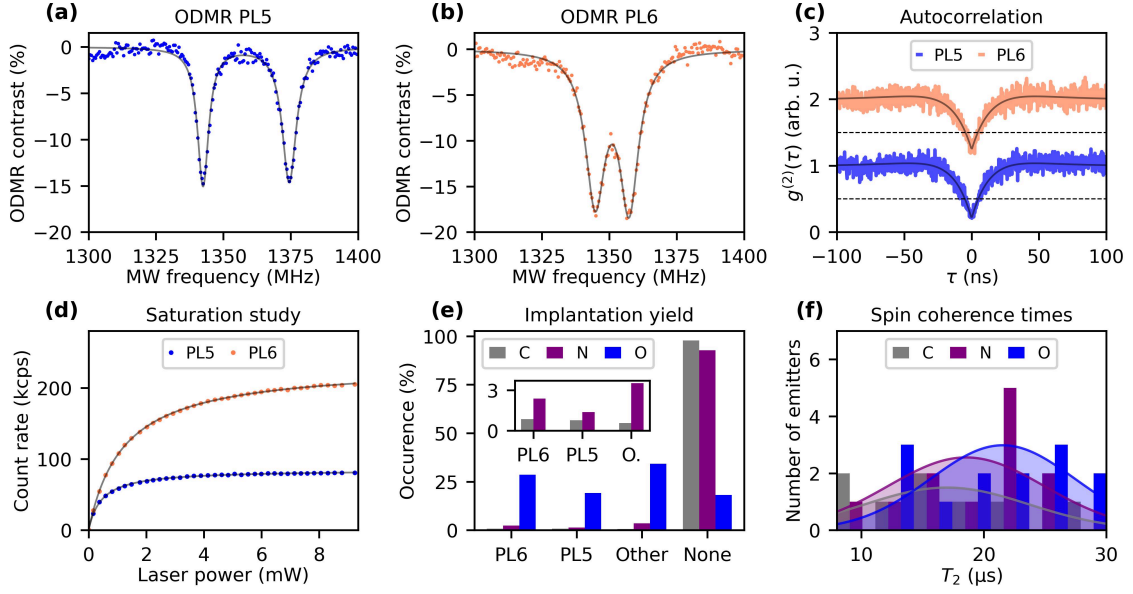


图3 体SiC中PL5与PL6色心的性质。(a) PL5与(b) PL6色心在零磁场下的连续波ODMR谱，叠加双洛伦兹拟合。(c) PL5(蓝)与PL6(橙)的二阶自相关测量， $g^2(0) < 0.5$ 证实二者的单缺陷行为。(d)扣除本底后PL5(蓝)与PL6(橙)的饱和和测量，饱和计数率分别为 85.0 ± 0.6 kcps与 233.1 ± 1.8 kcps。(e)三种注入离子产生色心的产率；插图为碳、氮注入(产率低于1%)的放大。(f)三种注入离子在零磁场下测得的自旋相干时间 T_2 ，实线为对应的高斯分布。

PL5/PL6的产生率是本研究特别关心的量，因为我们用了三种注入离子。碳、氮注入的转化效率很低，为了拿到有统计代表性的产率，我们在每片样品的多个区域逐一在所有注入位点做CW-ODMR测量，把每个位点归为PL5、PL6、其他缺陷(“其他”)或无可探测缺陷(“无”)。“其他”指ODMR信号落在1300–1400 MHz、自旋对比度不低于5%、但无法明确归入任何已报道PL色心的发射体；“无”指测不到ODMR信号。本研究共调查了碳、氮注入各2500余个位点、氧注入350个位点，结果见图3(e)。氧注入的产率最高，与近期研究相互印证[26], [27], [52]。定量地：氧注入的位点成为目标色心的比例为PL6 28.5%、PL5 19.2%，另有34.2%属于其他缺陷；碳(氮)注入给出PL6 0.8% (2.4%)、PL5 0.8% (1.4%)。

无论用哪种离子注入，发射体的自旋性质都几乎不受影响。为此我们逐一测定并比较了三种注入的自旋相干时间 T_2 (图3(f))：碳注入平均 $T_2 = 17.0 \pm 6.3 \mu\text{s}$ ，氮注入 $18.6 \pm 6.2 \mu\text{s}$ ，氧注入 $21.5 \pm 5.7 \mu\text{s}$ 。三种注入之间看不出显著差别，这与它们相近的注入深度(约50 nm，见附录B)相符。

3.2 柱集成色心的表征

体材料表征之后，我们考察纳米柱集成对色心光学与自旋性质的影响，结果汇总在图4。图4(a)(下排)是制备后纳米柱的代表性共聚焦荧光图：柱阵呈现出一排排轮廓清晰的亮斑；与体参考样品(图4(a)上排)相比，柱阵的发射强度明显更高，说明光子收集得到改善。为定量这一增强，图4(b)、(c)分别给出PL5与PL6发射体的计数率增强分布及其高斯拟合。两类色心在柱集成后计数率都显著上升：体柱相对体发射体的平均增强为PL5 $4.1 \pm 1.1 \times$ 、PL6 $2.1 \pm 0.7 \times$ (细节见附录A)。

刻蚀柱在制备完成后又从表面去掉约25 nm，其增强为PL5 $2.9 \pm 0.7 \times$ 、PL6 $1.5 \pm 0.4 \times$ 。这一下降在预期之内：表面去掉几十纳米后，发射偶极子离柱面更近，增强随之减弱。仿真也给出同样的趋势——偶极子深度按 $h_{\text{dp}} = 25$ nm计算时，PL5、PL6的最大平均增强分别预测为 $3.8 \times$ 与 $4.1 \times$ ，都低于体柱对应的数值(见附录C)。

把缺陷集成进膜柱后，增强更大：相对体发射体，PL5达 $6.0 \pm 2.0 \times$ ，PL6达 $2.8 \pm 0.7 \times$ 。本工作中，PL5单个缺陷的增强因子最高超过一个数量级，PL6单个缺陷最高接近四倍。总体上PL5的增强大于PL6，这与上一节的仿真以及PL5平行于c轴的跃迁偶极矩在柱内具有更高光学可及性相一致[53]。

实验增强低于仿真预测，原因有二：其一，我们的结果是对若干柱径取的平均，而不是只取最优柱径；其二，发射体在柱内位置各不相同，加上纳米柱制备的不均匀性，都会拉低整体增强。这两个因素都与图2(e)、(f)所示的位置依赖性一致。

所有用于增强研究的缺陷都做了二阶自相关测量，只保留 $g^2(0) < 0.5$ 的发射体；图4(d)给出每种纳米柱结构的一个代表例。所有测过的发射体都有明显的反聚束($g^2(0) < 0.5$)，确认发射来自单个色心。

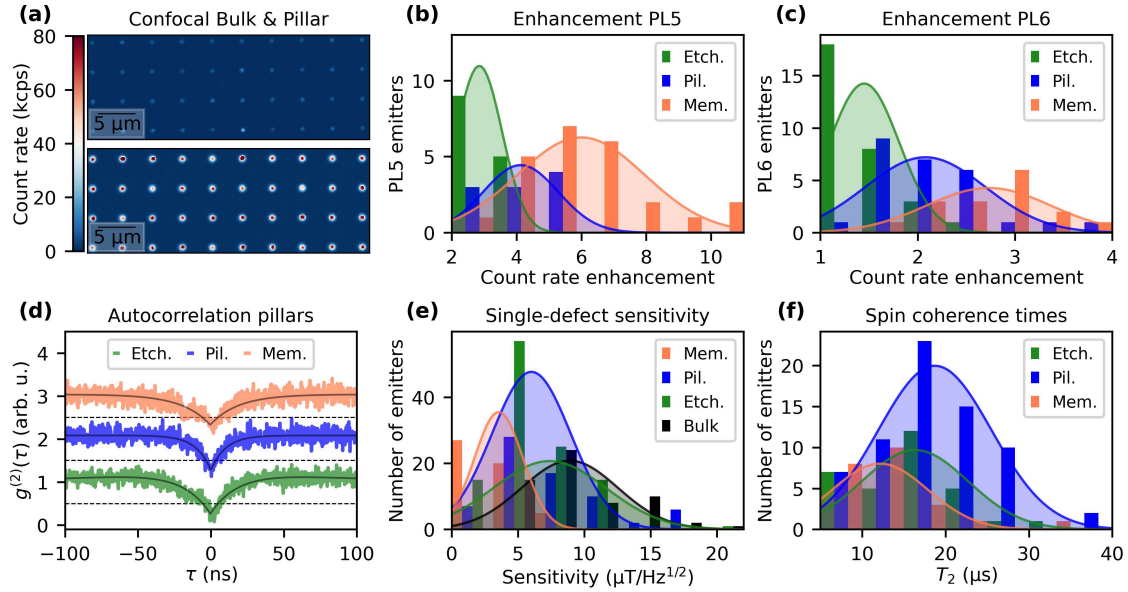


图4 集成到纳米柱中的色心。(a) 相近激光激发水平下，体SiC（上）与纳米柱（下）中色心的共聚焦荧光图。(b)、(c) 刻蚀柱（绿）、体柱（蓝）与膜柱（橙）中PL5、PL6发射体相对体SiC发射体的计数率增强分布，彩色实线为对应的高斯分布。(d) 各纳米柱结构中单个发射体的二阶自相关测量（黑色为拟合）。(e) 按公式(1)计算的单缺陷灵敏度：刻蚀柱（绿）、体柱（蓝）、膜柱（橙）与体发射体（黑）的对比。(f) 各结构中发射体的自旋相干时间。

对比柱内与体材料中的缺陷数量可以发现，与体材料一样，氧注入产生的缺陷最多，碳、氮注入的产率较低。柱内产率为：氧注入给出PL6 22.7% (PL5 31.6%)，氮注入 0.8% (0.4%)，碳注入 0.7% (0.4%)。这一产率与体SiC相当。原因在于：虽然柱掩模的直径比体材料注入点大，但刻蚀从柱的侧面削掉了一部分SiC，系统性缩小了柱顶端的注入斑点，等效注入剂量随之下降，产率于是与体材料相当。各种纳米柱内产率的更细致分析见附录D。

3.3 集成缺陷的磁场灵敏度与自旋相干

在磁场传感的语境下，衡量柱集成缺陷品质的一个实用指标是灵敏度 η_B ：

$$\eta_B = 0.77 \frac{h}{g\mu_B} \cdot \frac{\Delta\nu}{C\sqrt{R}} \quad (1)$$

其中 C 为 CW-ODMR 对比度， $\Delta\nu$ 为对应的线宽， R 为光子计数率， h 为普朗克常数， g 为电子 g 因子， μ_B 为玻尔磁子 [54], [55]。 η_B 越小，磁场灵敏度越高，传感性能越好。

体材料中缺陷的 CW-ODMR 对比度本来就高，在常温环境下再想靠纳米结构把它推高并不容易；因此提升光子收集才是关键，同时还得保住对比度、自旋相干时间这些自旋性质。系综固然因光子输出量大而灵敏度更佳，但本工作关注的是单个发射体：单发射体有纳米尺度的空间分辨率 [56], [57]、很高的光谱稳定性 [22], [58]，而且自旋态可以单独寻址——这些优点在系综平均与非均匀展宽中都会被抹掉 [39], [59]。

图 4 (e) 对比了各纳米结构与体发射体按公式 (1) 算得的灵敏度：光收集的改善直接转化为传感性能的提升。柱集成后灵敏度整体向更优方向移动，其中膜柱的单缺陷灵敏度最好：相对体发射体提高三倍，最低达 $140 \text{ nT}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，与 SiC 中已有系综传感器的水平相当 [60]。

最后，图 4 (f) 汇总了各结构的 Hahn 回波相干时间：体柱发射体平均 $18.8 \pm 6.8 \mu\text{s}$ ，刻蚀柱 $16.3 \pm 6.3 \mu\text{s}$ ，膜柱 $12.2 \pm 5.6 \mu\text{s}$ ——与体 SiC 中的发射体相比没有变化。

4 总结与展望

本工作把离子注入与纳米光子制备合在同一次光刻里，演示了一条可规模化的路线，把 PL5 与 PL6 色心确定性地集成进 SiC 纳米柱：缺陷注入与柱制备共用同一张 PMMA 掩模，色心天然落在柱内，无需任何后续对准工序，为大规模器件制备铺平了道路。

我们在室温下制备并考察了两种柱几何：体 SiC 中的常规纳米柱，以及为背面光子收集而做在薄膜上的纳米柱。为评估注入离子种类对 PL5、PL6 成心的影响，色心分别用碳、氮、氧注入产生。结果显示氧注入效率最高，与关于这类色心起源的最新报道一致；尽管成心效率不同，所得色心的自旋相干性质与碳、氮注入相当。FDTD 仿真给出了最优柱几何：体柱内全柱平均的收集增强最高达 PL5 $4.5\times$ 、PL6 $4.2\times$ ，膜柱达 PL5 $21.7\times$ 、PL6 $12.6\times$ 。实验上，体柱中 PL5 的整体计数率增强为 $4.1 \pm 1.1\times$ 、PL6 为 $2.1 \pm 0.7\times$ ；膜柱中 PL5 为 $6.0 \pm 2.0\times$ 、PL6 为 $2.8 \pm 0.7\times$ 。重要的是，纳米结构内的光学性质与自旋相干性质都得到保持，单缺陷灵敏度相对体 SiC 提升最高三倍。

这套制备工艺与可规模化的半导体工艺完全兼容，可以推广到其他可离子注入的色心与宿主材料。用同一张纳米尺度掩模完成注入与结构制备的思路，也可以用来把发射体的确定性集成与 SIL 等其他纳米光子结构的制备结合起来，进一步强化大规模量子传感或量子网络应用所需的自旋-光子接口。

作者贡献与声明

R.W. 与 J.S. 贡献相同。项目由 R.W.、J.H.、J.K. 与 J.W. 发起，V.V.、F.K. 与 J.W. 监督。掩模与几何设计由 R.W.、J.S.、J.H. 与 J.K. 完成；样品制备与退火由 R.W. 与 J.K. 完成，纳米结构制备由 J.K. 与 J.H. 完成；离子注入方案由 R.W.、D.G. 与 G.V.A. 设计；仿真由 J.S. 与 F.D.-M. 完成；光学测量由 R.W. 与 D.G. 完成，数据分析由 R.W.、J.S. 与 J.K. 完成；稿件由 R.W.、J.S.、J.H. 与 J.K. 撰写，全体作者参与修改。作者声明无利益冲突。

数据可用性

支持本文结论的数据已在如下仓库公开：<https://doi.org/10.18419/DARUS-6473>。补充材料（即本译文附录 A-G）可从原文链接免费获取，内容包括 SiC 中发射体的表征、离子注入、仿真与纳米柱制备的细节。

致谢

本研究由德国联邦研究、技术与航天部资助（QVOL2 项目，03ZU2110GB；QSi2V 项目，13N16756），并得到欧盟“展望欧洲”研究与创新的 SPINUS 项目（101135699）与欧盟委员会 C-QuEnS 项目（101135359）的支持。G.V.A. 感谢亥姆霍兹联合会 Helmholtz Matter 研究领域创新池的“基础物理量子传感”（QS4Physics）项目以及 HZDR 的 IBC 设施支持。F.K.、J.S. 与 F.D.-M. 感谢卢森堡国家研究基金（FNR）PEARL 讲席“AQuaTSiC”（17792569）的支持；F.K. 与 J.H. 受“SiCqurTech”项目（18253399）资助；F.K. 同时感谢欧洲研究理事会“Q-Chip”项目（101171067）、欧盟“展望 2020”QuantERA 项目“SiCqurTech”（101017733）与“展望欧洲”旗舰项目“QIA”（101102140）的支持。

附录 A 体 SiC 发射体的计数率

为了给柱集成缺陷的增强计算提供参考，我们对选定的体 SiC 中 PL5、PL6 色心做了饱和测量，见图 5 (a)、(b) 及对应拟合。扣本底后的数据用下式拟合：

$$I(P) = \frac{I_s \cdot P}{P_s + P} \quad (2)$$

其中 I_s 为饱和强度， P_s 为饱和功率。由此得到 PL5 的平均值 $I_s = 90.8 \pm 9.5$ kcps，PL6 为 $I_s = 198.3 \pm 14.5$ kcps。正文计算柱集成缺陷的增强时，用的就是这两个参考值。

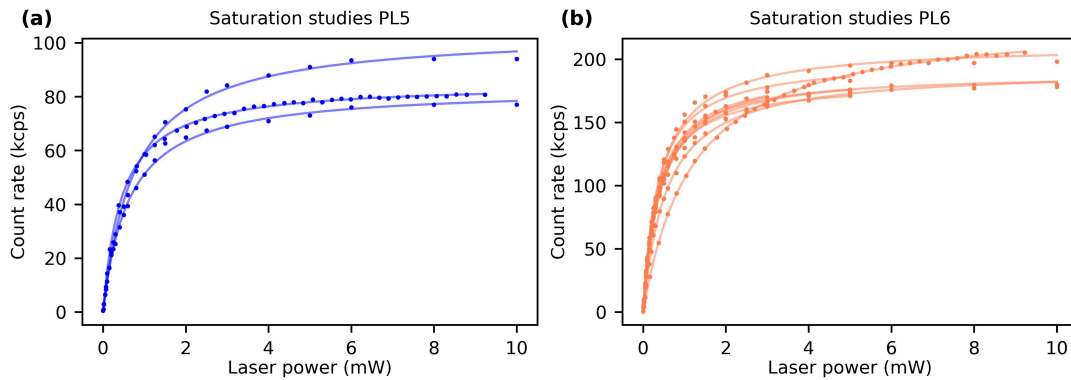


图 5 体 SiC 发射体的饱和测量。多颗 (a) PL5 与 (b) PL6 色心扣除本底后的饱和测量及对应拟合。

附录 B 离子注入

B.1 注入离子的选择

本研究先后用过碳、氮、氧三种离子，动因是 PL5、PL6 原子结构认识的不断演进。最早的注入实验表明氮离子也能产生这两种色心，只是产率很低——PL6 约 2%；这一做法沿用了最早表征 PL6 色心的工作的方法 [61], [62]。PL6 最初被认为是一类靠近层错的标准双空位中心 [63]；随后的理论把 PL6 的起源归到紧邻双空位的碳反位 [64]，于是我们尝试了碳注入，产率却比氮注入还低，这一理论同样被放弃。最近，Chen 等人 [26] 与 Hu 等人 [65] 的实验结果证明 PL6 与 PL5 很可能就是氧空位中心 [26], [52], [64], [65]。正文里的测量也印证了这一点：氧离子注入产生 PL5、PL6 的产率遥遥领先。

B.2 SRIM 深度模拟

体样品与柱样品一律使用 30 keV、 2.5×10^{11} ions/cm² 的注入条件。图 6 给出用 SRIM [66] 模拟的注入过程空位深度分布：碳、氮、氧三种离子在 4H-SiC 中 30 keV 注入后 V_{Si} 与 V_C 的浓度分布及离子射程。三种离子的 V_{Si} 、 V_C 深度分布相似，深度都在 45–65 nm。氧产生的空位明显多于碳和氮。射程（即预期空位深度）分别为：碳 62.2 ± 24.1 nm，氮 53.3 ± 20.7 nm，氧 48.5 ± 19.3 nm。未见离子沟道效应，即空位都产生在表面以下约 50–60 nm 的均匀区间内。

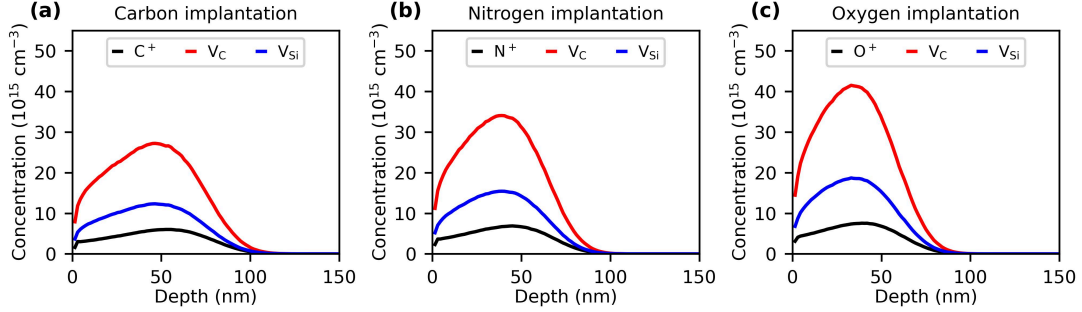


图 6 SRIM 空位模拟。30 keV 的 (a) 碳、(b) 氮、(c) 氧离子注入 4H-SiC 后 V_{Si} 、 V_C 浓度分布与离子射程。三种离子的空位深度分布相似，深度均在 45–65 nm。

B.3 PMMA 厚度

掩模必须足够厚才能挡住注入离子。为此我们模拟了 30 keV 的碳、氮、氧离子在 PMMA 中的穿透深度，每种离子各模拟 100,000 个离子，结果见图 7。三种离子的穿透深度都小于 300 nm：碳 165.3 ± 43.9 nm，氮 140.1 ± 37.4 nm，氧 126.9 ± 34.6 nm。为保证离子不在意料之外的位置产生缺陷，体样品与柱样品的 PMMA 掩模厚度都定为 400 nm。

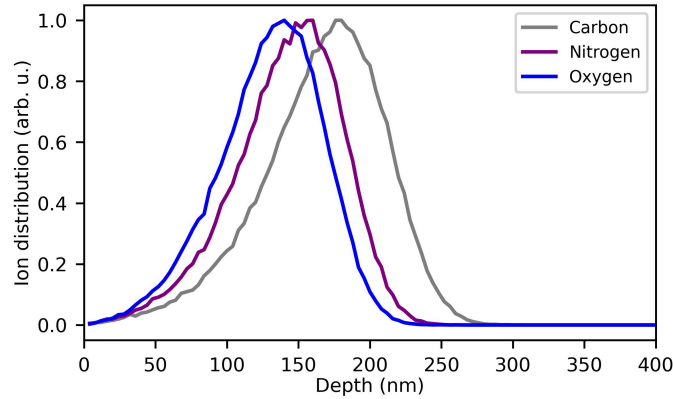


图 7 SRIM 对 PMMA 的模拟。碳、氮、氧离子注入 PMMA 的深度分布，三种离子的射程都小于 300 nm。

B.4 横向注入精度

要把色心做进纳米结构，注入必须足够精准，缺陷才落得进结构内部。退火过程中空位会移动和重组，缺陷的最终精确位置无法给出；但可以借助于落在网格上的发射体来考察注入本身的空间精度。我们以退火后的氮注入样品为例：选定孔径 140 nm 的阵列，其中 11×11 的点阵完整无缺。对 121 个亮斑反复对焦（精度 10 nm）读取强度最大位置，构造出实验点阵，再与理论点阵比对：通过旋转和平移使二者距离的均方误差最小。把各格点的实测距离对理论理想值作图并求其方差（图 8），得到注入精度的方差为 66 nm（图中红圈）；PMMA 掩模孔径 140 nm，即半径 70 nm（黑色虚线圆）。这说明注入本身可以做到很高的精度，下限只受 PMMA 孔径限制。

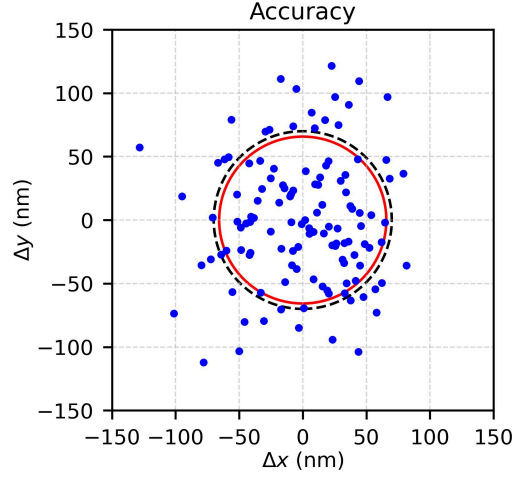


图 8 注入精度研究。氮离子注入相对 11×11 理论点阵的横向偏差，注入孔径 140 nm。红圈为算得的 66 nm 方差，黑色虚线圆为半径 70 nm 的孔径。

附录 C 纳米柱仿真

C.1 仿真参数

仿真用 Lumerical 的时域有限差分 (FDTD) 软件包完成。柱形按 SEM 图 (图 13) 中真实柱形建模：计入底部外扩，锥角设为 $\alpha = 95^\circ$ ，且底径 d_{bot} 大于顶径 d_{up} ，关系为 $d_{\text{up}} = 3d_{\text{bot}}/4$ 。依据附录 B 的 SRIM 模拟，偶极子发射体放在柱面以下 50 nm 处。为在室温下描述 PL5、PL6 的发射，采用 1000–1350 nm 的宽带谱。4H-SiC 的折射率取自中红外激光研究 [67]，Sellmeier 方程系数引自 [68]。体收集 (图 9 (a)) 模拟的是浸没油 ($n = 1.52$) 包围的柱：物镜只收集 $\theta = \arcsin(\text{NA}/n)$ 立体角内的光，NA = 1.35 对应收集角 $\theta = 62.6^\circ$ ，即图 9 (a) 中的黄色锥形。膜收集则在晶圆侧追踪出射光：光传播从衬底 ($n \approx 2.62$) 映射进入浸没油 ($n = 1.52$)，再对 62.6° 收集角积分得到收集光。网格均匀， $dx = dy = dz = 20$ nm；仿真盒边缘用完美匹配层 (PML) 吸收。每种柱宽计算九个偶极子位置的收集效率，位置从柱心沿 x 轴等距移到柱边 (图 9)；“横向平均”指给定柱半径下对所有发射体位置取平均的收集效率。

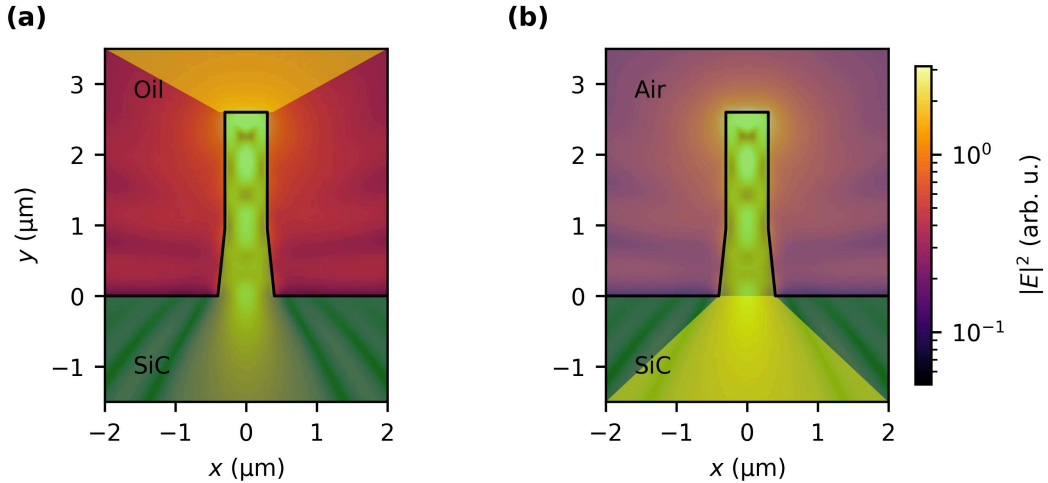


图 9 光收集示意。(a) 体柱与 (b) 膜柱的柱形建模与光收集方式。柱轮廓以黑色勾出，黄色区域为物镜的收集锥。

C.2 PL5 收集中的模式变化

顶径在 525–600 nm 之间时，膜收集下 PL5 的增强出现陡增。这来自高阶模式沿柱的传播：除了中心最强的基模，具有两个侧峰的高阶模也更容易沿波导传播。对比 $d_{\text{up}} = 525$ nm (图 10 (a)) 与 $d_{\text{up}} = 600$ nm (图 10 (b)) 柱横截面上的电场幅值平方 $|E|^2$ 可以看到这一点 (图中白色箭头指示)。

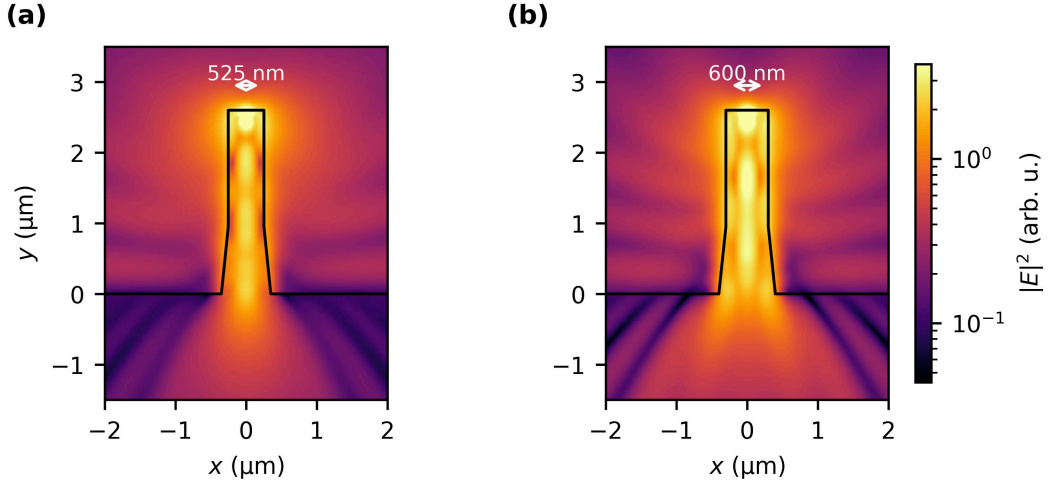


图 10 PL5 收集的模式变化。PL5 发射的电场幅值平方 $|E|^2$: (a) $d_{\text{up}} = 525 \text{ nm}$ 与 (b) $d_{\text{up}} = 600 \text{ nm}$, 白色箭头指示柱位置。柱轮廓以黑色勾出。

C.3 表面刻蚀柱

为压低本底噪声, 体柱表面会再刻掉 20–30 nm。仿真上把柱高从 $2.6 \mu\text{m}$ 降到 $2.575 \mu\text{m}$, 等效于发射体位于表面以下 25 nm。图 11 给出结果: 体柱的最大平均增强 PL6 从 $4.2 \times$ 降到 $4.1 \times$ ((a)), PL5 从 $4.5 \times$ 降到 $3.8 \times$ ((b))。

仿真与实验对比时, 实验端增强的下降幅度大得多。原因在于: 仿真里只有最大平均增强小幅下降, 而几乎所有其他柱径的平均增强都明显下滑。把所有柱径平均后, 平均增强 PL6 从 $2.7 \times$ 降到 $2.1 \times$, PL5 从 $2.7 \times$ 降到 $1.9 \times$ ——与实验中刻蚀后 PL5 从 $4.1 \times$ 降到 $2.9 \times$ 、PL6 从 $2.1 \times$ 降到 $1.5 \times$ 的观测一致。

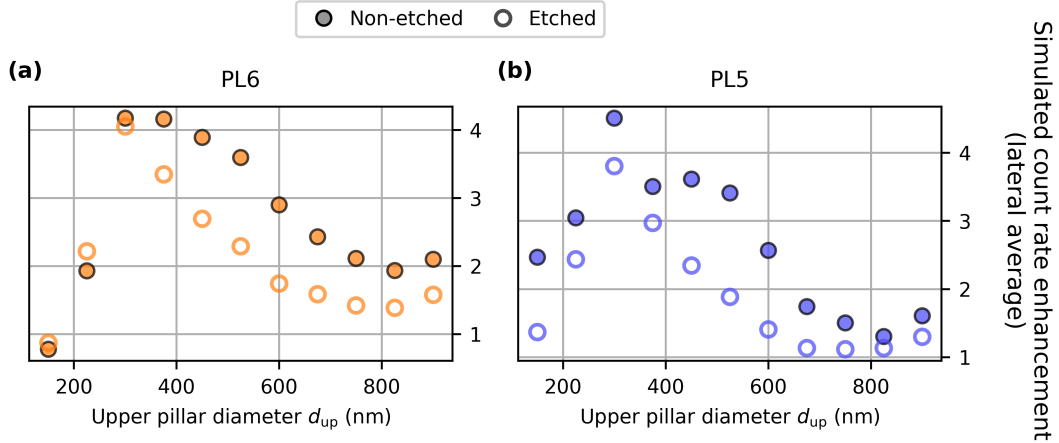


图 11 刻蚀柱的仿真增强。体检测方向上, 表面刻蚀 25 nm 前后 (a) PL6 与 (b) PL5 平均收集增强的对比。

附录 D 纳米柱研究

D.1 产率

产率统计需要说明一点: 正文与本文给出的数值都只是下限。一片 $100 \times 100 \mu\text{m}^2$ 的共聚焦扫描图上约有 600 个可见缺陷, 我们只统计计数率超过某个阈值 (对应 PL5 的计数率水平) 的较亮斑点——选 PL5 定阈值是因为它比 PL6 暗, 这样连 PL5 本身也不会漏掉; 少数更暗的发射体也查验过作参照, 均无 ODMR 信号。

图 12 给出柱、刻蚀柱与膜柱中缺陷产生的统计产率。三类结构之间的显著差别主要来自注入离子种类的不同——氧注入产率最高。氮注入后柱中 PL6 产率为 0.86%, 刻蚀后降到 0.43%, 碳注入的膜柱为 0.65%; 氧注入在柱中的产率为 22.66%。各种情形下产率虽低于体材料, 但仍在同一量级。产率下降可以归到工艺本身: SEM 检查 (图 13 (a)) 显示柱顶直径明显偏小, 约 190–230 nm [69], 底部外扩、顶部圆柱的形貌清晰可见。以 500 nm 柱径为例, 这一缩口效应会让有效孔径最多缩小到三分之一, 注入剂量随之下降, 产率也就低了。

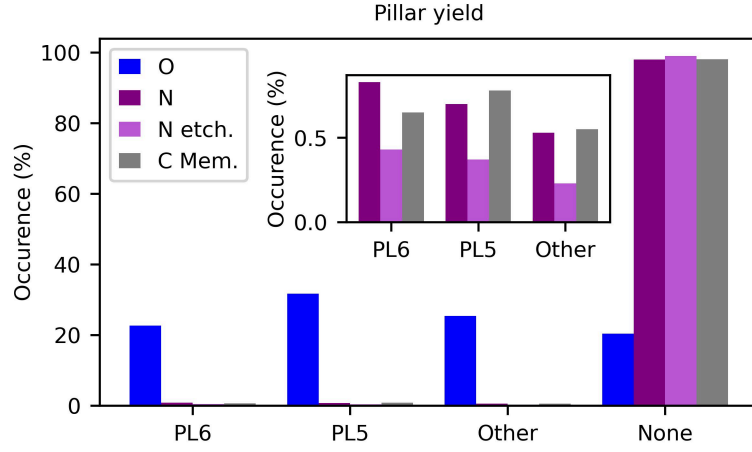


图 12 纳米柱中的色心产率。不同注入离子下纳米柱中 PL5 与 PL6 的产率：体柱用氮或氧注入，刻蚀柱用氮注入，膜柱用碳注入。由于氮、碳注入产率低于 1%，插图为 PL5、PL6 与其他缺陷产率的放大。

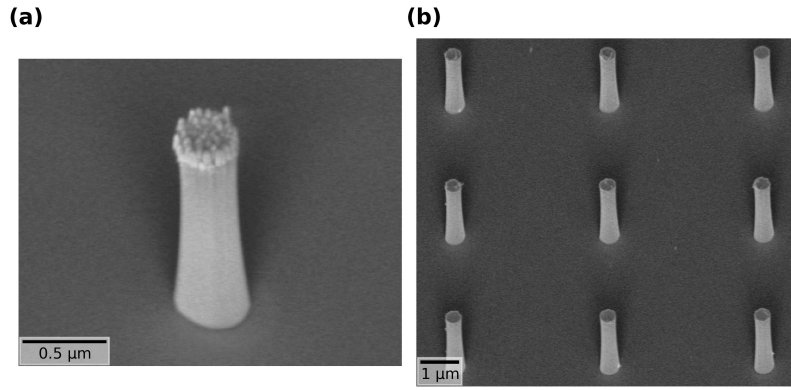


图 13 纳米柱的 SEM 图像。(a) 刻蚀后单根纳米柱：柱顶的镍尚未去除，柱的锥形清晰可见。(b) 去镍后九根柱的阵列，柱面几乎无残留杂质。

D.2 柱中的 PL5 与 PL6

柱内 PL5、PL6 的鉴别同样靠 ODMR 测量，对比度与体 SiC 相当。图 14 给出体柱 ((a)、(b)) 与膜柱 ((c)、(d)) 中 PL5、PL6 的代表性 ODMR 谱。

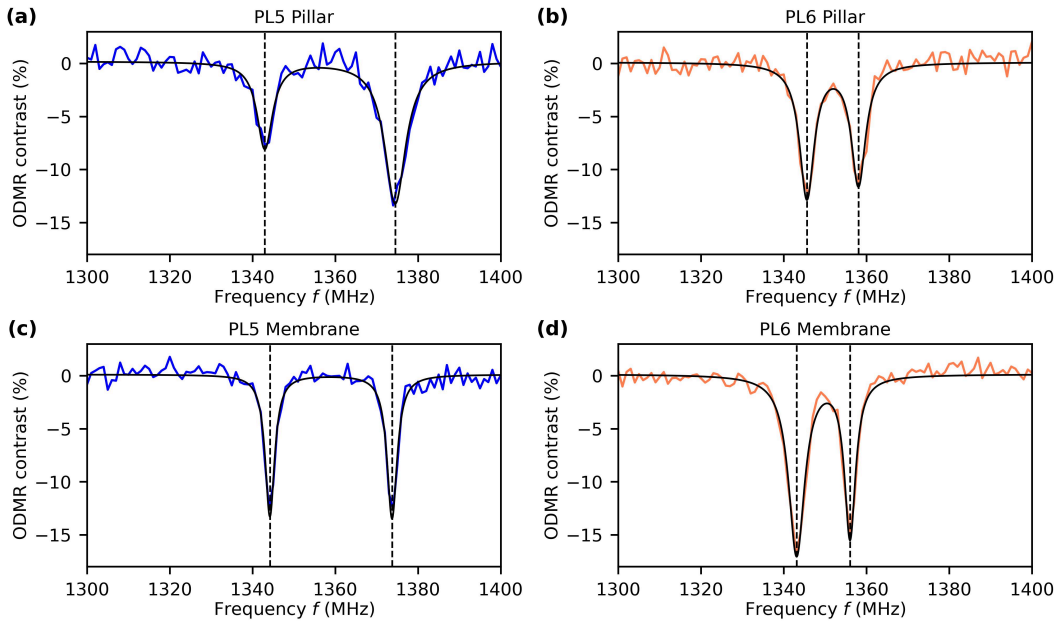


图 14 柱与膜中的 PL5、PL6。体柱 ((a) PL5、(b) PL6) 与膜柱 ((c) PL5、(d) PL6) 的 ODMR 谱及洛伦兹拟合，对比度与体发射体相当。

D.3 其他缺陷

除正文的 PL5、PL6 之外，本研究还探测到一些未进一步讨论的缺陷。它们的 ODMR 谱都落在 1300–1400 MHz 区间，对比度与 PL5、PL6 相近，但无法归入任何已知色心。图 15 给出九个缺陷的 ODMR 谱；它们的共振频率与对比度汇总在表 1。

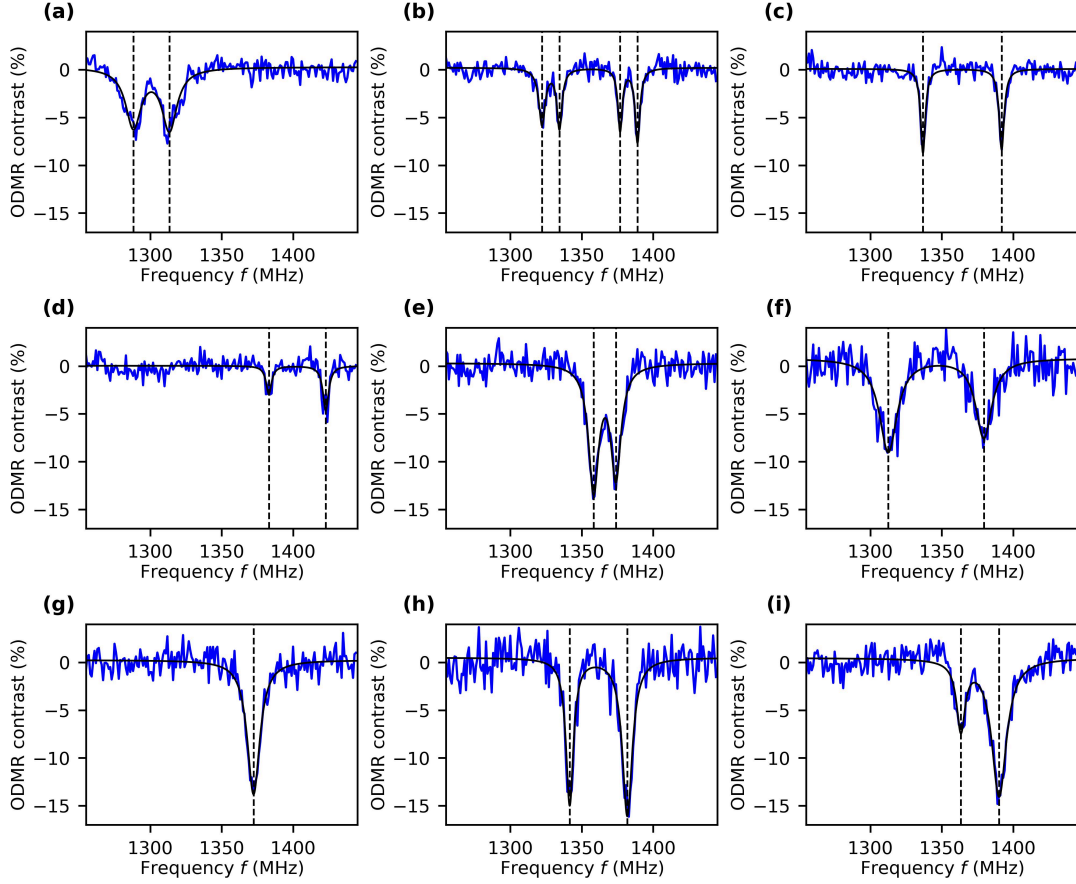


图 15 其他缺陷的 ODMR 谱。九个其他研究位点的 ODMR 谱及洛伦兹拟合：信号均落在 1300–1400 MHz 范围内，无法归入任何已知色心。

缺陷	f_1 (MHz)	C_1 (%)	f_2 (MHz)	C_2 (%)
(a)	1288.2	6.2	1313.4	2.4
(b ₁)	1322.2	5.8	1334.4	6.2
(b ₂)	1376.9	6.5	1389.1	7.7
(c)	1336.8	8.8	1392.0	8.4
(d)	1383.0	3.0	1422.9	4.7
(e)	1358.3	13.0	1373.9	11.6
(f)	1312.5	9.8	1379.4	8.3
(g)	1372.3	14.0	—	—
(h)	1341.6	15.3	1381.9	16.5
(i)	1363.4	7.2	1390.1	14.4

表 1 ODMR 频率与测得对比度。样品调查中观测到的各缺陷的 ODMR 频率与对比度。下标 1 为左侧 ($m_s = -1$) 跃迁，下标 2 为 ($m_s = +1$) 跃迁。缺陷 (b) 观测到四条跃迁，可能对应耦合了核自旋的缺陷；缺陷 (g) 只观测到一条跃迁。

附录 E 单缺陷验证

本研究对所有纳米结构中的注入色心逐一做了二阶关联测量，确认其单缺陷发射；只有 $g^2(0) < 0.5$ 的缺陷才进入正文的增强统计。结果见图 16：(a) 纳米柱、(b) 表面刻蚀后的纳米柱、(c) 膜柱。

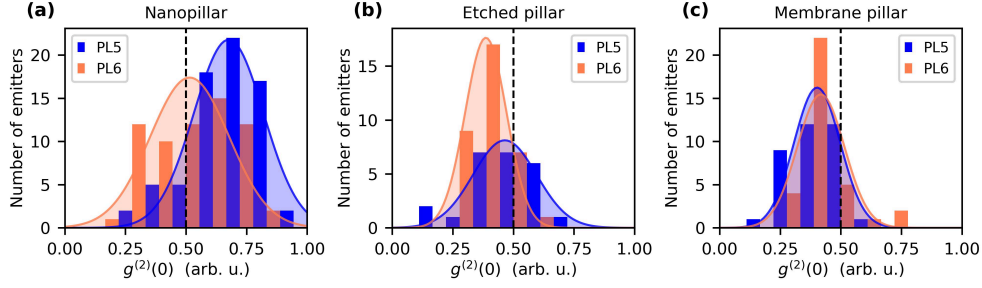


图 16 单缺陷统计。PL5 与 PL6 在 (a) 纳米柱、(b) 刻蚀柱、(c) 膜柱中的二阶关联测量。只有 $g^2(0) < 0.5$ 的缺陷进入增强统计。

可以看到，表面刻蚀之后 $g^2(0) < 0.5$ 的缺陷明显变多。总体上——尤其是体柱—— $g^2(0)$ 大于 0.5 的缺陷仍占相当比例，但 $g^2(0) < 0.5$ 的色心始终有可观的数量。这也与膜柱和体柱所用注入离子的差异有关：膜柱用碳注入，体柱用氮或氧注入；氮、氧都比碳重，造成的晶格损伤更大，本底信号更强， $g^2(0)$ 随之变差。

附录 F 光稳定性

柱结构研究还关心发射体的光稳定性。缺陷进入纳米结构后，应变、表面电荷等因素可能让它失去稳定性、开始闪烁。我们对两颗随机选取的缺陷（一颗在体 SiC、一颗在纳米柱内）在 50 μ W、1 mW、5 mW 三档激发功率下连续观测 500 秒（图 17）。两类缺陷的光稳定性没有明显差别，计数率也没有可见的闪烁、跳变或衰减。

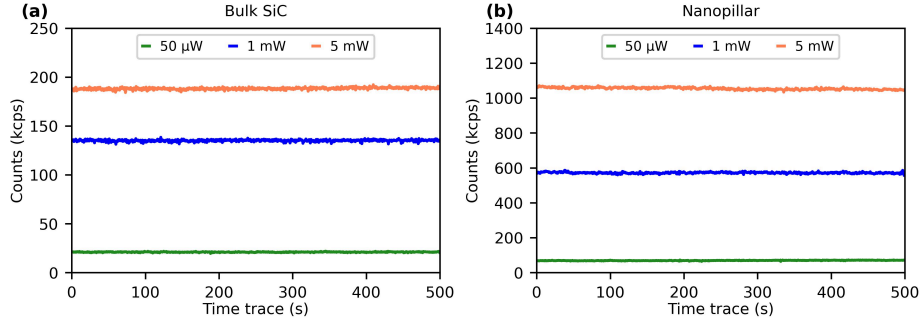


图 17 光稳定性。(a) 体 SiC 与 (b) 纳米柱内的缺陷在不同激光激发功率下 500 秒内的光稳定性。两个发射体都看不到闪烁、跳变或计数率衰减。

附录 G 自旋相干时间

图 18 给出正文讨论的各种注入离子与柱几何下、零磁场中自旋相干时间 T_2 的代表性测量。所有注入种类与柱几何的 T_2 都在几十微秒量级，说明自旋相干时间基本不依赖柱几何与注入离子种类——与正文的结论一致。

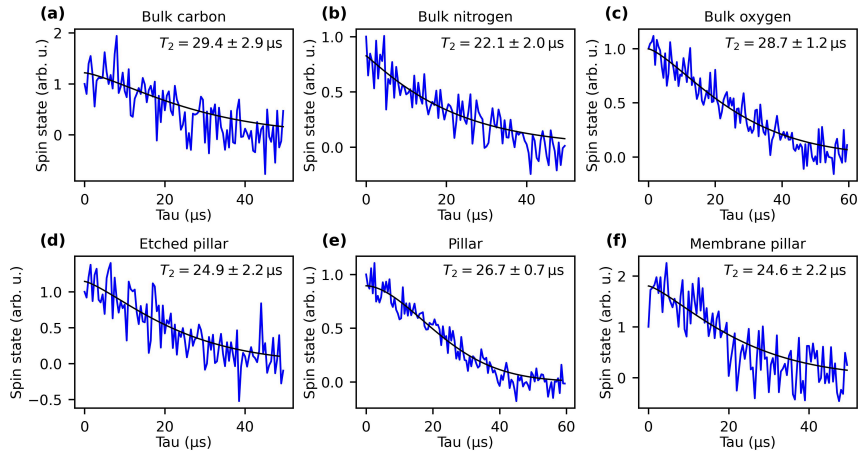


图 18 自旋相干时间。零磁场下 T_2 的代表性测量：(a) 碳、(b) 氮、(c) 氧注入的体 SiC 缺陷；(d) 刻蚀柱、(e) 体柱、(f) 膜柱中的缺陷。

参考文献

- [1] D. D. Awschalom, R. Hanson, J. Wrachtrup, and B. B. Zhou, “Quantum technologies with optically interfaced solid-state spins,” *Nature Photonics*, vol. 12, no. 9, pp. 516–527, Sep. 2018, doi: 10.1038/S41566-018-0232-2;TECHMETA.
- [2] M. H. Abobeih et al., “Fault-tolerant operation of a logical qubit in a diamond quantum processor,” *Nature*, vol. 606, no. 7916, pp. 884–889, May 2022, doi: 10.1038/s41586-022-04819-6.
- [3] D. R. Glenn, D. B. Bucher, J. Lee, M. D. Lukin, H. Park, and R. L. Walsworth, “High-resolution magnetic resonance spectroscopy using a solid-state spin sensor,” *Nature*, vol. 555, no. 7696, pp. 351–354, Mar. 2018, doi: 10.1038/nature25781.
- [4] H. Bernien et al., “Heralded entanglement between solid-state qubits separated by three metres,” *Nature*, vol. 497, no. , pp. 86–90, 2013, doi: 10.1038/nature12016.
- [5] M. Pompili et al., “Realization of a multinode quantum network of remote solid-state qubits,” *Science*, vol. 372, no. 6539, pp. 259–264, Apr. 2021, doi: 10.1126/science.abg1919.
- [6] M. W. Doherty, N. B. Manson, P. Delaney, F. Jelezko, J. Wrachtrup, and L. C. Hollenberg, “The nitrogen-vacancy colour centre in diamond,” *Physics Reports*, vol. 528, no. 1, pp. 1–45, Jul. 2013, doi: 10.1016/j.physrep.2013.02.001.
- [7] B. Hensen et al., “Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres,” *Nature*, vol. 526, no. 7575, pp. 682–686, Oct. 2015, doi: 10.1038/nature15759.
- [8] J. Luo, Y. Geng, F. Rana, and G. D. Fuchs, “Room temperature optically detected magnetic resonance of single spins in GaN,” *Nature Materials*, vol. 23, no. 4, pp. 512–518, Feb. 2024, doi: 10.1038/s41563-024-01803-5.
- [9] D. B. Higginbottom et al., “Optical observation of single spins in silicon,” *Nature*, vol. 607, no. 7918, pp. 266–270, Jul. 2022, doi: 10.1038/s41586-022-04821-y.
- [10] S. Simmons, “Scalable Fault-Tolerant Quantum Technologies with Silicon Color Centers,” *PRX Quantum*, vol. 5, no. 1, p. 10102, Mar. 2024, doi: 10.1103/PRXQuantum.5.010102.
- [11] S. Castelletto et al., “Silicon carbide color centers for quantum applications,” *Journal of Physics: Photonics*, vol. 2, no. 2, p. 22001, Mar. 2020, doi: 10.1088/2515-7647/AB77A2.
- [12] N. T. Son et al., “Developing silicon carbide for quantum spintronics,” *Applied Physics Letters*, vol. 116, no. 19, p. 190501, May 2020, doi: 10.1063/5.0004454/38970.
- [13] A. Bourassa et al., “Entanglement and control of single nuclear spins in isotopically engineered silicon carbide,” *Nature Materials*, vol. 19, no. 12, pp. 1319–1325, Sep. 2020, doi: 10.1038/s41563-020-00802-6.
- [14] C. E. Weitzel et al., “Silicon carbide high-power devices,” *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 43, no. 10, pp. 1732–1741, 1996, doi: 10.1109/16.536819.
- [15] S. Majety, V. A. Norman, P. Saha, A. H. Rubin, S. Dhuey, and M. Radulaski, “Wafer-scale integration of freestanding photonic devices with color centers in silicon carbide,” *npj Nanophotonics*, vol. 2, no. 1, p. 3, Jan. 2025, doi: 10.1038/s44310-024-00049-y.
- [16] P. G. Baranov et al., “Silicon vacancy in SiC as a promising quantum system for single-defect and single-photon spectroscopy,” *Physical Review B*, vol. 83, no. 12, p. 125203, Mar. 2011, doi: 10.1103/PhysRevB.83.125203.
- [17] W. F. Koehl, B. B. Buckley, F. J. Heremans, G. Calusine, and D. D. Awschalom, “Room temperature coherent control of defect spin qubits in silicon carbide,” *Nature*, vol. 479, no. , pp. 84–87, Nov. 2011, doi: 10.1038/nature10562.
- [18] H. Kraus et al., “Room-temperature quantum microwave emitters based on spin defects in silicon carbide,” *Nature Physics*, vol. 10, no. 2, pp. 157–162, Dec. 2014, doi: 10.1038/nphys2826.
- [19] D. Simin, H. Kraus, A. Sperlich, T. Ohshima, G. V. Astakhov, and V. Dyakonov, “Locking of electron spin coherence above 20 ms in natural silicon carbide,” *Physical Review B*, vol. 95, no. 16, p. 161201, Apr. 2017, doi: 10.1103/PhysRevB.95.161201.
- [20] C. P. Anderson et al., “Five-second coherence of a single spin with single-shot readout in silicon carbide,” *Science Advances*, vol. 8, no. 5, p. eabm5912, Feb. 2022, doi: 10.1126/sciadv.abm5912.
- [21] C. P. Anderson et al., “Electrical and optical control of single spins integrated in scalable semiconductor devices,” *Science*, vol. 366, no. 6470, pp. 1225–1230, Dec. 2019, doi: 10.1126/science.aax94.
- [22] C. Babin et al., “Fabrication and nanophotonic waveguide integration of silicon carbide colour centres with preserved spin-optical coherence,” *Nature Materials*, vol. 21, no. 1, pp. 67–73, Nov. 2022, doi: 10.1038/s41563-021-01148-3.
- [23] R. Z. Fang et al., “Experimental Generation of Spin-Photon Entanglement in Silicon Carbide,” *Physical Review Letters*, vol. 132, no. 16, p. 160801, Apr. 2024, doi: 10.1103/PhysRevLett.132.160801.
- [24] E. Hesselmeier et al., “High-Fidelity Optical Readout of a Nuclear-Spin Qubit in Silicon Carbide,” *Physical Review Letters*, vol. 132, no. 18, p. 180804, May 2024, doi: 10.1103/PhysRevLett.132.180804.
- [25] X. Y. Lai et al., “Single-Shot Readout of a Nuclear Spin in Silicon Carbide,” *Physical Review Letters*, vol. 132, no. 18, p. 180803, May 2024, doi: 10.1103/PhysRevLett.132.180803.
- [26] Y. Chen et al., “Oxygen-vacancy quantum spin defects in silicon carbide,” *arXiv:2504.07558*, Apr. 2025, [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2504.07558>
- [27] X. Zhao, M. Liu, Y. Chen, Q. Zhang, and C. K. Duan, “Towards identifying the PL6 center in SiC: From first-principles screening to hyperfine validation of competing defect candidates,” *Physical Review Materials*, vol. 9, no. 11, p. 116204, Nov. 2025, doi: 10.1103/nvnt-jtnt.
- [28] Q. C. Hu et al., “High-Yield Engineering and Identification of Oxygen-Related Modified Divacancies in 4H-SiC,” *Advanced Materials*, vol. 38, no. 35, p. e73419, Jun. 2026, doi: 10.1002/adma.73419.

- [29] Q. Li et al., “Room-temperature coherent manipulation of single-spin qubits in silicon carbide with a high readout contrast,” *National Science Review*, vol. 9, no. 5, p. nwab122, Jun. 2022, doi: 10.1093/NSR/NWAB122.
- [30] N. T. Son, D. Shafizadeh, T. Ohshima, and I. G. Ivanov, “Modified divacancies in 4H-SiC,” *Journal of Applied Physics*, vol. 132, no. 2, p. 25703, Jul. 2022, doi: 10.1063/5.0099017/2837257.
- [31] S. Castelletto and A. Boretti, “Chip-scale quantum sensors based on an integrated silicon carbide photonic platform,” *Journal of Physics: Photonics*, vol. 7, no. 4, p. 41001, Oct. 2025, doi: 10.1088/2515-7647/AE0BD4.
- [32] R. Wörnle et al., “RF-free control of nuclear spins with color centers in silicon carbide,” arXiv:2601.21499, Jan. 2026, [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2601.21499>
- [33] D. M. Lukin et al., “4H-silicon-carbide-on-insulator for integrated quantum and nonlinear photonics,” *Nature Photonics*, vol. 14, no. 5, pp. 330–334, Dec. 2020, doi: 10.1038/s41566-019-0556-6.
- [34] M. Krumrein et al., “Precise Characterization of a Waveguide Fiber Interface in Silicon Carbide,” *ACS Photonics*, vol. 11, no. 6, pp. 2160–2170, Jun. 2024, doi: 10.1021/ACSPHOTONICS.4C00538.
- [35] A. L. Crook et al., “Purcell Enhancement of a Single Silicon Carbide Color Center with Coherent Spin Control,” *Nano Letters*, vol. 20, no. 5, pp. 3427–3434, May 2020, doi: 10.1021/ACS.NANOLETT.0C00339.
- [36] D. M. Lukin et al., “Two-Emitter Multimode Cavity Quantum Electrodynamics in Thin-Film Silicon Carbide Photonics,” *Physical Review X*, vol. 13, no. 1, p. 11005, Jan. 2023, doi: 10.1103/PhysRevX.13.011005.
- [37] J. Körber et al., “Fluorescence Enhancement of Single V2 Centers in a 4H-SiC Cavity Antenna,” *Nano Letters*, vol. 24, no. 30, pp. 9289–9295, Jul. 2024, doi: 10.1021/ACS.NANOLETT.4C02162.
- [38] P. Siyushev et al., “Monolithic diamond optics for single photon detection,” *Applied Physics Letters*, vol. 97, no. 24, p. 241902, Dec. 2010, doi: 10.1063/1.3519849/122677.
- [39] M. Widmann et al., “Coherent control of single spins in silicon carbide at room temperature,” *Nature Materials*, vol. 14, no. 2, pp. 164–168, Dec. 2015, doi: 10.1038/nmat4145.
- [40] M. Radulaski et al., “Scalable Quantum Photonics with Single Color Centers in Silicon Carbide,” *Nano Letters*, vol. 17, no. 3, pp. 1782–1786, Mar. 2017, doi: 10.1021/ACS.NANOLETT.6B05102.
- [41] J. H. Choi, L. Latu-Romain, E. Bano, F. Dhalluin, T. Chevolleau, and T. Baron, “Fabrication of SiC nanopillars by inductively coupled SF₆/O₂ plasma etching,” *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 45, no. 23, p. 235204, May 2012, doi: 10.1088/0022-3727/45/23/235204.
- [42] F. Sardi et al., “Scalable production of solid-immersion lenses for quantum emitters in silicon carbide,” *Applied Physics Letters*, vol. 117, no. 2, p. 22105, Jul. 2020, doi: 10.1063/5.0011366/39424.
- [43] G. L. van de Stolpe et al., “Check-probe spectroscopy of lifetime-limited emitters in bulk-grown silicon carbide,” *npj Quantum Information*, vol. 11, no. 1, p. 31, Feb. 2025, doi: 10.1038/s41534-025-00985-3.
- [44] E. Vuillermet, N. Bercu, S. Kochtcheev, and M. Lazar, “Integration of bright color centers into arrays of silicon carbide nanopillars,” *Applied Physics Letters*, vol. 127, no. 2, p. 24003, Jul. 2025, doi: 10.1063/5.0255612/3353262.
- [45] S. Castelletto et al., “Deterministic placement of ultra-bright near-infrared color centers in arrays of silicon carbide micropillars,” *Beilstein Journal of Nanotechnology*, vol. 10, no. 1, pp. 2383–2395, Dec. 2019, doi: 10.3762/BJNANO.10.229.
- [46] L. J. Feije et al., “Laser-Induced Creation of Coherent V2 Centers in Bulk-Grown Silicon Carbide,” *Nano Letters*, vol. 26, no. 28, pp. 9143–9150, Jul. 2026, doi: 10.1021/acs.nanolett.6c01807.
- [47] A. R. Jones et al., “Scalable Registration of Single Quantum Emitters within Solid Immersion Lenses through Femtosecond Laser Writing,” *Nano Letters*, vol. 25, no. 30, pp. 11528–11535, Jul. 2025, doi: 10.1021/acs.nanolett.5c01325.
- [48] J. Wang et al., “Efficient Generation of an Array of Single Silicon-Vacancy Defects in Silicon Carbide,” *Physical Review Applied*, vol. 7, no. 6, p. 64021, Jun. 2017, doi: 10.1103/PhysRevApplied.7.064021.
- [49] S. A. Momenzadeh et al., “Nanoengineered Diamond Waveguide as a Robust Bright Platform for Nanomagnetometry Using Shallow Nitrogen Vacancy Centers,” *Nano Letters*, vol. 15, no. 1, pp. 165–169, Jan. 2015, doi: 10.1021/NL503326T.
- [50] J. Heiler et al., “Spectral stability of V2 centres in sub-micron 4H-SiC membranes,” *npj Quantum Materials*, vol. 9, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1038/s41535-024-00644-4.
- [51] J. Y. Zhou et al., “Experimental Determination of the Dipole Orientation of Single Color Centers in Silicon Carbide,” *ACS Photonics*, vol. 8, no. 8, pp. 2384–2391, Aug. 2021, doi: 10.1021/acsp Photonics.1c00541.
- [52] S. Iwamoto, T. Shimura, H. Watanabe, and T. Kobayashi, “Oxygen-related defects in 4H-SiC from first principles,” *Applied Physics Express*, vol. 17, no. 5, p. 51008, May 2024, doi: 10.35848/1882-0786/AD45AE.
- [53] A. H. Rubin et al., “Seeing the forbidden: overcoming optical selection rules through nanophotonic integration,” arXiv:2605.04277, May 2026, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2605.04277>
- [54] A. Dréau et al., “Avoiding power broadening in optically detected magnetic resonance of single NV defects for enhanced dc magnetic field sensitivity,” *Physical Review B*, vol. 84, no. 19, p. 195204, Nov. 2011, doi: 10.1103/PhysRevB.84.195204.
- [55] W.-K. Quan, L. Liu, Q.-Y. Luo, X.-D. Liu, and J.-F. Wang, “Fiber-integrated silicon carbide silicon-vacancy-based magnetometer,” *Optics Letters*, vol. 48, no. 6, p. 1423, Mar. 2023, doi: 10.1364/ol.476305.
- [56] L. Rondin, J. P. Tetienne, T. Hingant, J. F. Roch, P. Maletinsky, and V. Jacques, “Magnetometry with nitrogen-vacancy defects in diamond,” *Reports on Progress in Physics*, vol. 77, no. 5, p. 56503, 2014, doi: 10.1088/0034-4885/77/5/056503.
- [57] C. L. Degen, F. Reinhard, and P. Cappellaro, “Quantum sensing,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 89, no. 3, p. 35002, Jul. 2017, doi: 10.1103/RevModPhys.89.035002.

- [58] R. Nagy et al., “High-fidelity spin and optical control of single silicon-vacancy centres in silicon carbide,” *Nature Communications*, vol. 10, no. 1, p. 1954, Apr. 2019, doi: 10.1038/s41467-019-09873-9.
- [59] D. J. Christle et al., “Isolated electron spins in silicon carbide with millisecond coherence times,” *Nature Materials*, vol. 14, no. 2, pp. 160–163, 2015, doi: 10.1038/nmat4144.
- [60] P. A. Stuermer et al., “Demonstration Of A Quantum Magnetometer Chip Based On Proprietary And Scalable 4H-Silicon Carbide Technology,” arXiv:2601.08945, Jan. 2026, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2601.08945>
- [61] Q. Li et al., “Room-temperature coherent manipulation of single-spin qubits in silicon carbide with a high readout contrast,” *National Science Review*, vol. 9, no. 5, 2022, doi: 10.1093/nsr/nwab122.
- [62] W. X. Lin et al., “Temperature dependence of divacancy spin coherence in implanted silicon carbide,” *Physical Review B*, vol. 104, no. 12, Sep. 2021, doi: 10.1103/PhysRevB.104.125305.
- [63] V. Ivády et al., “Stabilization of point-defect spin qubits by quantum wells,” *Nature Communications*, vol. 10, no. 1, Dec. 2019, doi: 10.1038/s41467-019-13495-6.
- [64] X. Zhao, M. Liu, Y. Chen, Q. Zhang, and C. K. Duan, “Towards identifying the PL6 center in SiC: From first-principles screening to hyperfine validation of competing defect candidates,” *Physical Review Materials*, vol. 9, no. 11, Nov. 2025, doi: 10.1103/nvnt-jtnt.
- [65] Q. C. Hu et al., “High-Yield Engineering and Identification of Oxygen-Related Modified Divacancies in 4H-SiC,” *Advanced Materials*, vol. 38, no. 35, Jun. 2026, doi: 10.1002/adma.73419.
- [66] J. F. Ziegler, M. D. Ziegler, and J. P. Biersack, “SRIM - The stopping and range of ions in matter (2010),” *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, vol. 268, no. 11–12, pp. 1818–1823, Jun. 2010, doi: 10.1016/j.nimb.2010.02.091.
- [67] S. Wang et al., “4H-SiC: a new nonlinear material for midinfrared lasers,” *Laser & Photonics Reviews*, vol. 7, no. 5, pp. 831–838, Sep. 2013, doi: 10.1002/lpor.201300041.
- [68] M. N. Polyanskiy, “Refractiveindex.info database of optical constants,” *Scientific Data*, vol. 11, no. 1, p. 94, Jan. 2024, doi: 10.1038/s41597-023-02898-2.
- [69] J. Körber, “Photonics with Color Centers in thin-film 4H-Silicon Carbide for Quantum Technology Applications,” Doctoral dissertation, 2025.