

扭曲 Bernal 双层–三层石墨烯中的 初发超导与可调 Chern 绝缘体

Incipient superconductivity and tunable Chern insulators in twisted Bernal bilayer-trilayer graphene

Derek Waleffe^{1,*} Aryana Bhattacharyya^{1,*} Manish Kumar¹
Eric Maginnis² Anna Okounkova¹ Tobias Faehndrich^{5,6}
Kenji Watanabe³ Takashi Taniguchi⁴ Joshua Folk^{5,6}
Matthew Yankowitz^{1,2,†}

¹ 美国华盛顿州西雅图 98195, 华盛顿大学物理系

² 美国华盛顿州西雅图 98195, 华盛顿大学材料科学与工程系

³ 日本筑波 305-0044, 国立材料科学中心电子与光学材料研究中心

⁴ 日本筑波 305-0044, 国立材料科学中心材料纳米架构研究中心

⁵ 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 V6T 1Z1, 不列颠哥伦比亚大学物理与天文学系

⁶ 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 V6T 1Z1, 不列颠哥伦比亚大学量子物质研究所

* D. W. 与 A. B. 对本工作贡献相同 † 通讯作者: myank@uw.edu

2026 年 9 月

摘要

扭转 Bernal 堆叠与三方（菱面）堆叠多层石墨烯组装成的莫尔超晶格，承载了一大类由相互作用驱动磁性态与拓扑态；但除邻近过渡金属硫族化合物（TMD）的体系外，这类系统里始终没有见过超导。本文在六方氮化硼（hBN）封装的扭曲 Bernal 双层–三层石墨烯中，同时实现了初发超导与可调 Chern 绝缘体。扭转角自 $\theta = 1.05^\circ$ 至 1.50° ，电子掺杂一侧的整数与分数莫尔填充处都会形成 Chern 绝缘体，Chern 数最高达 $|C| = 3$ ；其大小由扭转角决定，又能随掺杂调节。 $\theta = 1.18^\circ$ 的器件在空穴掺杂一侧出现对称性破缺金属区，能带填充 $\nu = -2$ 处是一个平庸绝缘体。仅凭位移场就能把这个绝缘体推入一块初发超导区：转变陡峭，临界电流明确，临界温度在绝缘边界附近取极大值，只是电阻并未真正降到零。面内磁场会撑大这块超导区，使其存续到弱耦合泡利极限的四倍以上，还会稳定出第二块超导区——后者的临界电流呈类弗劳恩霍夫调制，正是相位相干配对的信号。扭曲 Bernal 双层–三层石墨烯由此给出一个栅压可调的单一平台：配对能与 Chern 绝缘体对接，而后者自身的拓扑同样是可调参数。

关键词： 扭曲 Bernal 双层–三层石墨烯 · 初发超导 · Chern 绝缘体 · 莫尔超晶格 · 位移场 · 泡利极限突破范德华（vdW）材料里的平带，把超导、磁性与非平庸拓扑汇聚到同一个栅压可调的平台上[1], [2], [3], [4]。在大量由石墨烯与过渡金属硫族化合物构筑的范德华体系中，超导总紧邻某个对称性破缺相出现，磁有序与配对之间究竟有何关联，由此成了悬而未决的问题。平带的量子几何可以直接贡献超流刚度[5], [6]，其拓扑又支撑起整数与分数化的量子反常霍尔效应[7], [8], [9], [10], [11]。超导与零场 Chern 绝缘体若同处一张相图，强关联、配对与拓扑三者的相互牵制便可直接考察，在这些态的界面处构造拓扑超导也有了可能。只是目前满足上述条件的范德华体系寥寥可数[12], [13], [14], [15], [16]。

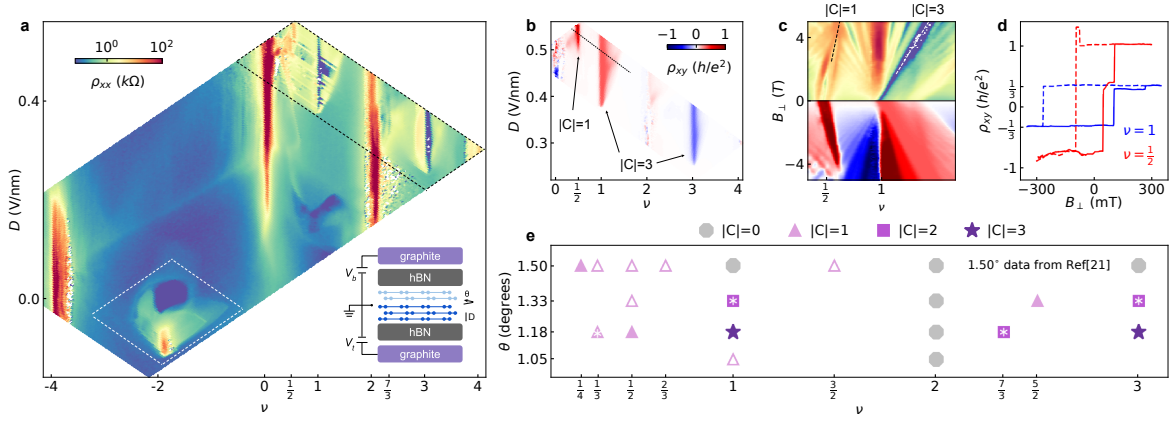


图 1 扭转角 $\theta = 1.18^\circ$ 器件中的整数量子反常霍尔态。**a:** 底温、零磁场下测得的纵向电阻率 ρ_{xx} 随 ν 与 D 变化的分布图。(插图) 双栅扭曲双层-三层石墨烯器件示意图。**b:** **a** 中黑色虚线框区域的反对称化霍尔电阻 ρ_{xy} 分布图, $B = \pm 100$ mT。**c:** 朗道扇图, 上为对称化 ρ_{xx} , 下为反对称化 ρ_{xy} , 固定 $V_g = 9.05$ V、沿 **b** 中黑色虚线扫描 V_g 而得。黑色与白色虚线分别标出 $\nu = 1/2$ 处 $C = 1$ 与 $\nu = 1$ 处 $C = 3$ 对应的 Středa 斜率, 色标与 **a**、**b** 相同。**d:** 分别在 $\nu = 1$ 与 $1/2$ 处来回扫描 B 得到的 ρ_{xy} 曲线。**e:** 扭转角各不相同的若干器件中, 各 ν 处关联绝缘态的 Chern 数。实心符号表示零场态, 空心轮廓表示加场态; 星号标出 Chern 数尚不确定的态, 其值介于两个整数之间, 或介于整数与分数之间。

把石墨烯扭转出莫尔超晶格, 为构造拓扑平带提供了一条可行途径。以 Bernal 堆叠或三方(菱面)堆叠多层石墨烯为组分的体系尤受期待, 一类类 Chern 数可调的量子反常霍尔态在其中相继现身[17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28]。但这些体系至今没有超导报道, 唯一的例外是置于 WSe_2 衬底上的扭曲双双层石墨烯[29]。这一缺失格外耐人寻味: Bernal 双层与三方多层石墨烯组分本身就具备超导性[30], [31]。扭曲多层体系中配对究竟是内在受抑, 还是合适条件尚未找对, 仍无定论。

本文表明, 扭曲 Bernal 双层-三层石墨烯的初发超导与其 Chern 绝缘体就落在同一张栅压可调的相图里。在扭转角跨越 0.72° 至 1.89° 的六个器件中, 整数与分数莫尔填充处普遍存在关联绝缘体。我们把重点放在 $\theta = 1.18^\circ$ 的器件上: 零磁场下 $\nu = 1/2$ 、1 与 3 三处的态均已量子化; 同一器件的对称性破缺金属区内, $\nu = -2$ 处出现一个关联绝缘体。固定填充后抬高位移场, 体系便离开这一绝缘态、进入一块初发超导区, 最大临界温度 $T_c \approx 160$ mK 恰位于绝缘边界近旁。其他石墨烯体系尚未见过这类由能带调节驱动的转变, 倒与扭曲 WSe_2 中电致超导-绝缘体转变颇为相似[32]。

整数与分数填充下的 Chern 绝缘体 扭曲 Bernal 双层-三层石墨烯取自同一片石墨烯, 其上的双层区与三层区彼此相邻; 把两块区域分开, 再按设定的扭转角 θ 重新堆叠, 即成器件。异质结构以六方氮化硼封装, 上下两侧为石墨栅, 载流子密度 n 与位移场 D 因而能各自独立调节(图 1a 插图)。密度以莫尔填充因子表示: $\nu = 4n/n_s$, 其中 n_s 是填满四重简并莫尔能带所需的掺杂量(见补充材料)。图 1a 给出器件 D1 ($\theta = 1.18^\circ$) 在 $B = 0$ 、稀释制冷机标称基温下测得的纵向电阻率 ρ_{xx} , 栅压范围覆盖很宽。电荷中性点与 $\nu = \pm 4$ 处呈现能带绝缘体。位移场较大时, 电子掺杂一侧的 $\nu = 1$ 与 $\nu = 3$ 外围长出对称性破缺的电阻晕, $\nu = 2$ 处形成关联绝缘体, 与其他扭曲 Bernal 多层石墨烯中的图景一致[20]。位移场较小时, 空穴掺杂一侧另有一圈独立的电阻晕环绕 $\nu = -2$ 。本文所说的电阻晕, 一律指同位旋极化金属对应的高阻区域。

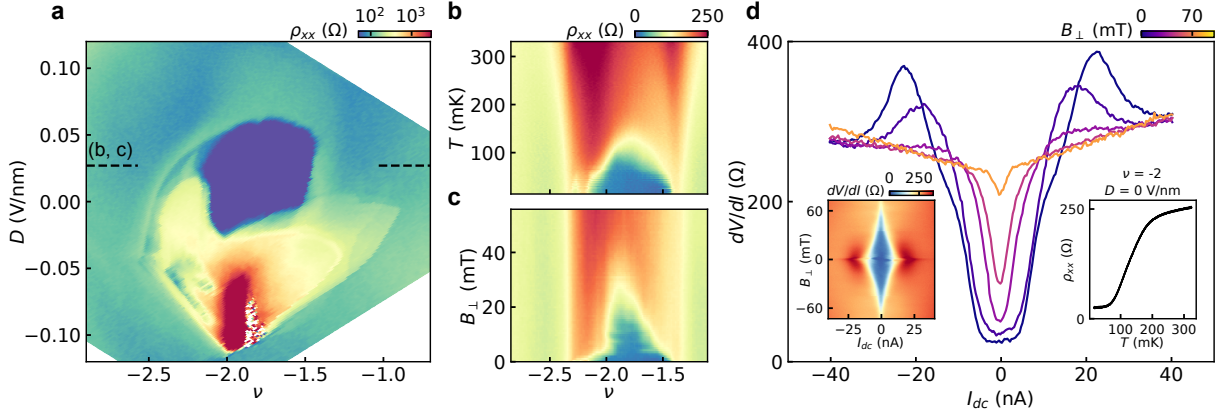


图 2 $\nu = -2$ 处的关联绝缘体与初发超导。a: 图 1a 中白色虚线框处 ρ_{xx} 分布图的放大视图。b: 固定 $D = 0.027$ V/nm 时 ρ_{xx} 随 ν 与 T 的变化 (对应 a 中的黑色虚线)。c: 同一测量随 B_{perp} 的变化。d: 在 $\nu = -2$ 、 $D = 0$ 下, 若干 B_{perp} 取值处测得的 dV/dI 随 I_{dc} 的变化 (左插图: dV/dI 随 I_{dc} 与 B_{perp} 的分布图; 右插图: ρ_{xx} 随 T 的变化)。

拓扑态出现在图 1a 圈出的高 D 、电子掺杂区域。此区的霍尔电阻率 ρ_{xy} 分布图 (图 1b) 由 $B = \pm 100$ mT 两次测量反对称化而得: $\nu = 1$ 与 $\nu = 3$ 处的 ρ_{xy} 增强, 恰与 ρ_{xx} 的下坠两两对应; $\nu = 1/2$ 处另有一条尖锐特征, 更高分辨率的分布图在此处同样显出电阻极小值 (图 S2)。固定 V_t 、 $B = 0$ 测得的线扫 (图 S3) 显示, ρ_{xy} 在 $\nu = 1/2$ 处逼近 h/e^2 , 在 $\nu = 1$ 与 $\nu = 3$ 处逼近 $h/3e^2$, 三处的 ρ_{xx} 都压至近零, 对应 Chern 数 $|C| = 1$ 与 $|C| = 3$ 。 $\nu = 7/3$ 处也可见较弱的 ρ_{xx} 凹陷与 ρ_{xy} 峰 (图 S2、图 S3)。

朗道扇图证实了这些态的拓扑本质。 $\nu = 1/2$ 与 $\nu = 1$ 处的 Chern 绝缘体随面外磁场散开, 各自沿相应的 Strěda 轨迹行进 (图 1c)。 $\nu = 3$ 处, 磁场在 $B = 0$ 已有的 $C = -3$ 态之外又稳定出一个 $C = +3$ 态 (图 S3)。 $\nu = 1$ 与 $\nu = 1/2$ 都勾出闭合的磁滞回线, $B = 0$ 时 ρ_{xy} 仍保持量子化 (图 1d)。 $\nu = 1/2$ 的回线只在正向场训练后量子化良好, 负向场训练则不然; 这种训练不对称因而而来尚无定论, 扭转角不均匀或是缘由之一。

奇数整数填充下的 Chern 绝缘体, 此前一般归因于自旋与能谷同时极化的对称性破缺态[17], [18], [19], [20]。器件 D1 中, $\nu = 1$ 与 $\nu = 3$ 带有相同的 $|C| = 3$, 恰好各自对应一条 $C = 3$ 莫尔能带里填满或空置的一个味。分数填充处出现的整数量子化态, 多半源于元胞自发扩大、且扩大后的周期与莫尔晶格相匹配。这样的态其实是一种莫尔驱动的拓扑电子晶体, Chern 数由折叠能带的具体细节决定[21]。此前关于 $\theta = 1.50^\circ$ 器件的报道[21] 就辨认出这类态: 零场下见于 $\nu = 1/4$, 适中磁场下见于 $\nu = 1/3$ 、 $1/2$ 、 $2/3$ 与 $3/2$ 。器件 D1 的 $\nu = 1/2$ 态同属这一族, 又出现在零场, 正与元胞加倍相符。 $\nu = 1/3$ 处也有一条弱特征 (图 S2)。 $\nu = 7/3$ 的特征更难判定。扭曲 Bernal 双层-三方四层石墨烯近来报出 $7/3 \times e^2/h$ 的霍尔电导, 并被认定为分数 Chern 绝缘体[24]; 可对应的霍尔电阻 $3h/7e^2$ 与整数 $C = 2$ 态的 $h/2e^2$ 仅差 14%, 我们器件中的这条特征远未发育充分, 两者无从分辨。

图 1e 汇总了扭转角不等的多个器件中识别出的全部 Chern 绝缘体, 也纳入 $\theta \approx 1.5^\circ$ 器件中已报道的结果[21]。尚未充分发育的态依据朗道扇图中的 Strěda 斜率判定 (见表 S1)。整数与分数填充下, Chern 数介于 1 至 3 之间; 同一填充处的取值还会随扭转角改变: $\nu = 1$ 在 1.18° (器件 D1) 下为 $|C| = 3$, 到 1.50° 却成了 $C = 0$ [21]。朗道扇图在 1.33° 处指出一个 $|C| = 2$ 的态 (器件 D2, 图 S4、图 S5), 1.05° 处识别出的态则符合 $|C| = 1$ (器件 D3, 图 S6)。拓扑平庸的关联绝缘体以 $\nu = 2$ 处最突出, 本次测量的六件器件里有五件出现, 存续的扭转角范围也比 Chern 态更宽 (图 S1)。

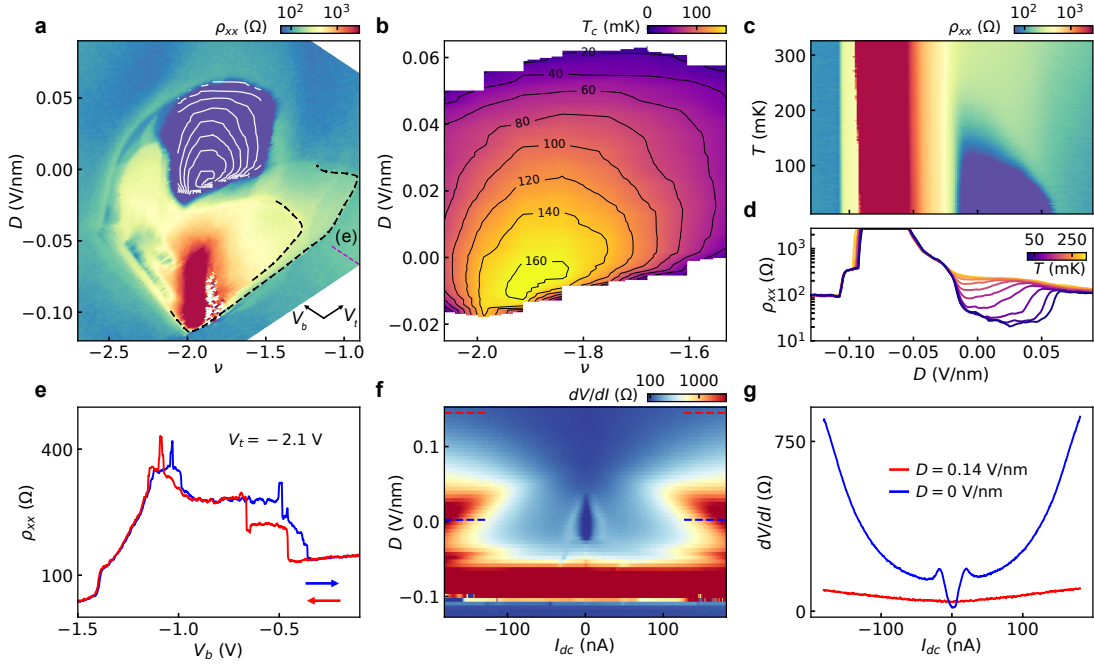


图3 由 D 驱动的关联绝缘体与低阻区之间的转变。a, 与图 2a 同一幅栅压图, 黑色虚线标出存在磁滞的特征, 白色曲线画出 T_c 近似恒定的等高线。b, 经插值得到的 T_c 随 ν 与 D 变化的热图。c, 固定 $\nu = -1.91$ 时 ρ_{xx} 随 D 与 T 的测量结果。d, 取自 c 的部分线扫描。e, 来回扫描 V_b 时 ρ_{xx} 的测量结果。f, 固定 $\nu = -2$ 时 dV/dI 随 I_{dc} 与 D 的分布图。g, 取自 f 的 dV/dI 随 I_{dc} 线扫描, 分别在 $D = 0$ 与 $D = 0.14$ V/nm 处测得。

从关联绝缘体中产生的初发超导 接下来看相图的空穴掺杂一侧, 以及 $\nu = -2$ 外围的电阻晕——图 1a 的白色虚线框圈出了这块区域, 图 2a 以更高分辨率把它画了出来。 D 为负时, 电阻晕围着 $\nu = -2$ 处的关联绝缘体, 两侧伴生金属区, 其电阻高于图上周边区域。这些边界大致沿等栅压线延伸, 是层屏蔽效应的体现 [33]。绝缘体两侧的量子振荡显示简并度降低, 与部分同位旋极化相符; 朗道扇图确认该绝缘体拓扑平凡 ($C = 0$; 图 S7)。

$\nu = -2$ 固定, 增大 D , 系统便走出关联绝缘体, 进入另一片区域, 那里的 ρ_{xx} 反而遭到强烈抑制。这片低阻区带有栅压可调超导转变的典型特征。沿 $D = 27$ mV/nm 的等值线穿过该区域, 低于临界温度时 ρ_{xx} 急剧压低, 在 ν - T 平面上勾出一座穹顶 (图 2b)。垂直临界场之下情形相仿, ν - B_{perp} 平面上也出现对应的穹顶 (图 2c), 临界场为几十毫特斯拉。把 ρ_{xx} 降到正常态值一半处取作临界温度 (见补充材料), 其最大值约 $T_c \approx 160$ mK。微分电阻 (dV/dI) 在小直流电流 (I_{dc}) 下保持平坦, 到临界电流 I_c 处陡然上升, I_c 为几十纳安量级。临界电流随 B_{perp} 收缩, 在 $B_{c\text{perp}}$ 处收拢为零, 形成典型的菱形结构 (图 2d 及其左插图; 另见图 S16)。

这片低阻区具备超导的典型征兆, 唯独电阻不归零。图 2d 的右插图给出一条代表性曲线, 测于 $\nu = -2$ 、 $D = 0$: ρ_{xx} 在约 160 mK 以下急降, 最终停在某个有限值上。低阻区各处的低温行为并不一致, 却没有一处能降到零。有的位置上, ρ_{xx} 在很宽的温度区间内走平, 一直到测量底温; 有的位置上, 降到最低测量温度时它仍在下降 (图 S8)。改用霍尔条上另一对电压探针测量, 看到的还是同一片低阻区 (图 S9)。跨越三台稀释制冷机的四次热循环里也有类似行为, 栅压空间的边界与残余电阻都相当接近 (图 S15)。有限电阻可能源自介观无序, 例如扭转角不均匀, 在两个电压探针之间划出配对受抑制的区域。另一种可能是该态属于近期在三方石墨烯中确认的“反常金属”: 无需莫尔超晶格的体系里, 零电阻超导与有限的低温电阻并存 [34], [35]。

取实测最大的 $B_{c\text{perp}} \approx 80$ mT, 可得轨道金兹堡-朗道相干长度 $\xi_{GL} = \sqrt{\Phi_0 / (2\pi B_{c\text{perp}})} \approx 64$ nm, 其中 $\Phi_0 = h / (2e)$, 约为 $\theta = 1.18^\circ$ 处 12 nm 莫尔波长的数倍。我们把该态称为初发超导体: 超导转变应有的临界温度、临界场与临界电流它都有, 电阻却不消失。 $B_{\text{par}} = 0$ 时, 这片低阻区里类弗劳恩霍夫干涉振荡的迹象只能勉强分辨; 到下文讨论的场稳定低阻区中, 振荡便清晰可见 (图 4h)。这类振荡有力说明配对凝聚体具有相位相干性。

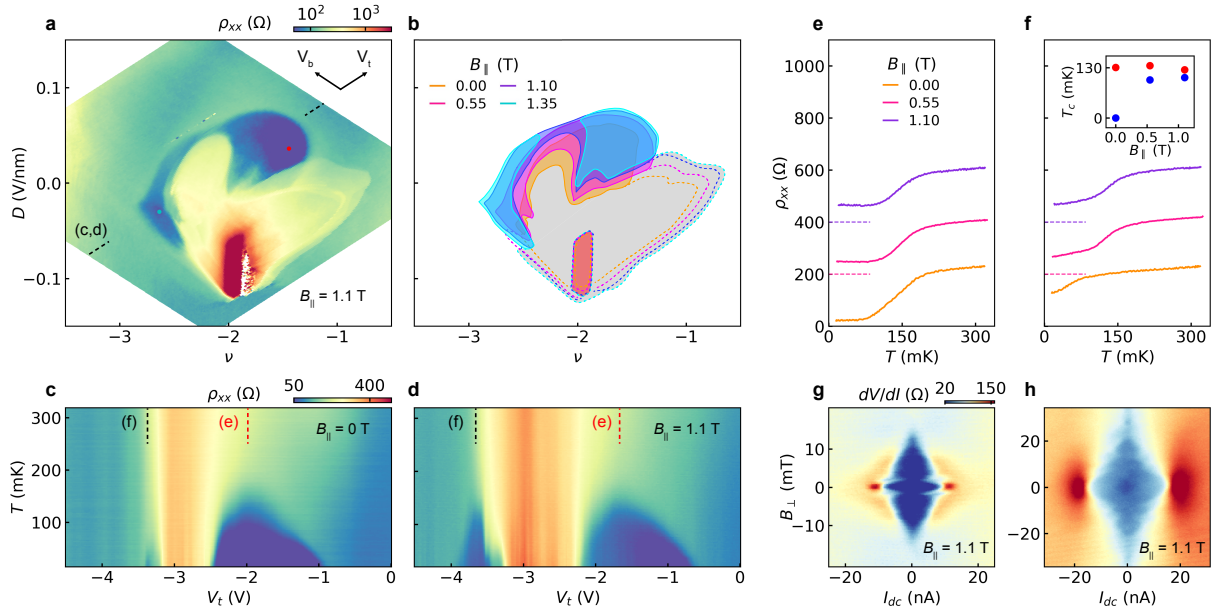


图4 平行磁场下的演化。a, $B_{\text{par}} = 1.1$ T 时 ρ_{xx} 随 ν 与 D 变化的栅压图。b, 若干个 B_{par} 取值下电阻晕区域的演化示意：灰色区代表金属态，虚线标出晕的边界；红色区代表关联绝缘体；实心彩色区代表低阻口袋。c, 固定 $V_b = -1.85$ V、 $B_{\text{par}} = 0$ 时沿 a 中黑色虚线方向测得的 ρ_{xx} 随 V_t 与 T 的变化。d, 同一区域在 $B_{\text{par}} = 1.1$ T 下的结果。e, 在 c-d 中相应虚线所示位置测得的 ρ_{xx} 随 T 的变化, B_{par} 取若干值；为清晰起见各曲线纵向平移，虚线指示零点。f, 在标注为 f 的虚线位置测得的相应曲线。（插图）由 e-f 提取的 T_c 随 B_{par} 的变化。g, $B_{\text{par}} = 1.1$ T 时、a 中红点位置处 dV/dI 随 B_{perp} 与 I_{dc} 变化的分布图。h, 同一图在 a 中青点位置处的结果。

绝缘体边界附近的最大 T_c 低阻口袋既靠近低 D 一侧的关联绝缘体，也紧邻电阻晕的极化边界。 T_c 在栅压空间中的分布，正好可以分辨二者之中哪一侧支撑着最稳健的配对。我们在若干固定 ν 的截线上测量 ρ_{xx} 随 T 与 D 的变化，这些截线横跨整个口袋（图 3c；详见补充材料及图 S10、图 S11），逐点提取 T_c 后插值成图 3b 的分布图。无论 ν 取何值， T_c 都在口袋低 D 一侧边缘附近达到最大；沿这条边缘看，极大值又集中在 $\nu = -2$ 附近的狭窄密度区间内。等值线显示，一旦离开这一区域， T_c 朝各个方向都会下降。把 T_c 叠加到电阻晕的阻值图上（图 3a）可以看出， T_c 峰值所在的低 D 边缘与关联绝缘体之间只隔着一条狭窄金属带（图 3c、图 3d），而 T_c 取极大值的 ν 区间恰与绝缘体形成的区间重合。

电阻晕边界的某些部分在扫描 n 或 D 时出现滞后，提示那里发生的是一级相变（图 3e、图 S12）。有些区域还能看到连续的多次滞后转变，只是无从判断它们对应彼此独立的对称性破缺相，还是空间不均匀性造成的表象。图 3a 中的黑色虚线标出这些滞后边界，它们并不在 T_c 极大的区域附近。

晕内金属区域的输运同样呈非线性。图 3f 画出固定 $\nu = -2$ 时 dV/dI 随 I_{dc} 与 D 的分布，这条截线同时穿过绝缘体和低阻口袋。在口袋内部， I_{dc} 一旦超过 I_c ， dV/dI 并不像通常那样趋于平坦，而是一直上升到所能施加的最大电流（图 3g）。这一行为覆盖口袋所在的整个 D 区间，出了电阻晕便消失，那里的输运几乎线性。固定 D 的截线上也能看到同样现象（图 S13）。电阻晕区域的本质仍需进一步厘清：除了显而易见的部分同位旋极化，是否还破缺了平移或转动等其他对称性，都有待后续工作检验。

磁场稳定的配对与泡利极限突破 图 4a 给出平行磁场 $B_{\text{par}} = 1.1$ T 下 $\nu = -2$ 附近的 ρ_{xx} 。我们发现， B_{par} 会把电阻晕撑大，却不摧毁低阻口袋。更引人注目的是，晕的最左侧边缘长出了第二片 ρ_{xx} 急剧受抑的区域：它源自一条电阻略有下降的尾部，而在 $B = 0$ 时这条尾部本就与零场口袋相连（图 2a）。图 4b 以示意方式勾勒出这一演化（见图 S14）。零场口袋先略微膨胀，并向 ν 与 D 更高的方向移动，一直持续到 $B_{\text{par}} \approx 1.35$ T。尾部区域则迅速长大，最终晕内部金属区的扩张把连接两者的通道掐断，只剩下两个彼此孤立的口袋。随 B_{par} 增大，绝缘体连同整个电阻晕也向周围未极化的金属扩展。

变温截线进一步揭示了这一行为。图 4c、图 4d 分别是在 $B_{\text{par}} = 0$ 与 1.1 T 下、固定 $V_b = -1.85$ V 时测得的 ρ_{xx} 随 T 与 V_t 的分布。零场口袋对应的穹顶随平行场增大在 V_t 方向略有展宽，同时在更负的 V_t 处浮现出第二个穹顶并迅速长大。图 4e、图 4f 画出两个口袋各在最优掺杂下、 $B_{\text{par}} = 0, 0.55, 1.1$ T 时的 $\rho_{xx}-T$ 曲线，图 4f 的插图则是由此提取的 T_c 。零场口袋的 T_c 在这一场范围内几乎不变；磁场稳定的口袋恰恰相反， T_c 在 0-0.5 T 之间急剧上升，随后趋于平坦，到 1.1 T 时已与零场口袋取值一致。

零场口袋的存在远远超出泡利极限。对自旋单重态 BCS 超导体而言，顺磁泡利极限为 $B_P \approx 1.25k_B T_c / \mu_B$ ，其中 k_B 是玻尔兹曼常数， μ_B 是玻尔磁子，这里假定 g 因子为 2。 $T_c \approx 160$ mK 对应的 B_P 约为 0.30 T。然而该口袋至少维持到 $B_{\text{par}} = 1.35$ T（图 S14d），是 B_P 的四倍以上；而且在所能测量的最高

场下 T_c 都不曾回落，真正的平行临界场必然还在本工作的测量范围之外。就磁场稳定的口袋而言， $B_{\text{par}} = 0$ 时泡利极限本身并无定义，但保守地取任意 B_{par} 下观测到的最大 T_c 来界定，突破也至少在四倍以上。两个口袋都坐落在部分同位旋极化的金属之中，提高 B_{par} 时电阻晕与口袋一并向外围金属扩展。再考虑到反常霍尔效应缺失，这些现象都与这样一幅图像相符：（部分）自旋极化相靠塞曼能压倒了无极化相。配对因此更宜按自旋三重态来理解。

图 4g、图 4h 画出 $B_{\text{par}} = 1.1$ T 时零场口袋与磁场稳定口袋中 dV/dI 随 B_{perp} 与 I_{dc} 的分布，两者都呈现超导态特有的临界电流菱形。磁场稳定的口袋还多出一重特征： $I_c(B_{\text{perp}})$ 呈现类弗劳恩霍夫的旁瓣图样（图 4h）。取旁瓣间隔 $\Delta B_{\text{perp}} \approx 10$ mT，可得有效磁通面积 $A = \Phi_0 / \Delta B_{\text{perp}} \approx 0.2 \mu\text{m}^2$ 。这一面积远小于两个电压探针之间的包围面积，说明该调制反映的是电流路径中某个局域的弱连接，而非整个测量区域保持相干。尽管如此，它的出现仍是相位相干配对的有力证据。

讨论 位移场驱动体系从 $\nu = -2$ 绝缘体演化为配对态，这让人想起扭曲 WSe_2 中的近期观测：在固定的公度填充下，电场同样能驱动超导–绝缘体转变 [32]。此后对偏离公度填充的扭曲 WSe_2 的研究表明，相邻相中存在反铁磁关联，而超导最强处正落在该相边界附近 [36], [37]。扭曲 Bernal 双层–三层石墨烯中情况不同：包围配对区的是对称性破缺金属，我们推断它处于部分自旋极化状态。最高的 T_c 出现在这片区域内的公度绝缘体近旁，集中的 ν 区间与绝缘体相同，一离开绝缘体边界便下降；而电阻晕上观察到的滞后边界位于栅压空间中别处。可见零场口袋中的配对追随的是公度绝缘体，而非晕边缘的极化转变。形成该绝缘体的序究竟是什么，其边界附近 T_c 又因何增强，都有待解答。

迄今，扭曲 Bernal 双层–三层石墨烯中的初发超导只出现在 1.2° 附近。一团 $\theta \approx 1.05^\circ$ 的器件在 $\nu = -2$ 处同样有关联绝缘体和电阻晕，却看不到低阻口袋（图 S6），但它只测到 1.5 K，远高于 D1 器件的临界温度。扭曲单层–双层石墨烯在小扭转角下也有极为相似的特征，同样至今未见超导 [18]。由此可见，电阻晕在一段角度范围内、在整个扭曲 Bernal 家族中都能稳定存在，而它何时还能支撑配对仍需确定。若能在高度均匀的扭曲双层–三层器件中系统改变转角继续研究， $\nu = -2$ 关联绝缘体与超导之间的关系便会清晰许多。

总之，扭曲 Bernal 双层–三层石墨烯把库珀配对与 Chern 绝缘体装进了同一张电学可调的相图。这两种态在结晶三方石墨烯 [12] 以及与氮化硼对齐的魔角扭曲双层石墨烯 [8], [14], [15] 中同样可见，但扭曲 Bernal 多层石墨烯的特别之处在于其已有的拓扑之丰富：零场下 $|C|$ 最高可达 3，且 Chern 数随扭转角与栅压而变。Chern 数由此成为同一器件内即可调节的参数，这也为邻近效应实验开辟了一条路径——结一侧的拓扑可以原位改变。

译者附注（原文 Note added）：本稿准备期间，我们获知一项相关结果，报道了扭曲三方石墨烯多层结构中的超导与 Chern 绝缘态 [38]。

致谢

本工作主要由华盛顿大学分子工程材料中心（Molecular Engineering Materials Center，美国国家自然科学基金会材料研究科学与工程中心，资助号 DMR-2308979）提供支持。器件制备得到美国国家自然科学基金会（NSF）CAREER 项目（资助号 DMR-2041972）的支持。A.B. 感谢华盛顿大学 Mary Gates 学生捐赠基金与 Smith 捐赠基金，以及华盛顿太空资助联盟（NASA-80NSSC20M0104）的资助。不列颠哥伦比亚大学的实验得到以下机构的支持：加拿大自然科学与工程研究理事会、加拿大创新基金会、加拿大高等研究院、马克斯·普朗克–UBC–东京大学量子材料中心，以及加拿大第一研究卓越基金“量子材料与未来技术”项目；并得到欧盟地平线 2020 研究与创新计划下欧洲研究理事会（ERC）资助协议 No. 951541 的支持。K.W. 和 T.T. 感谢 JSPS KAKENHI（资助号 21H05233 与 23H02052）以及日本 MEXT 世界国际领先研究机构倡议（WPI）的资助。本工作使用了由 NSF MRSEC 2308979 支持的华盛顿大学共享加工平台。

作者贡献

D.W.、A.B.、M.K. 和 E.M. 制备了样品；UW 的测量由 D.W. 和 A.B. 主导，M.K. 和 E.M. 协助；UBC 的测量在 J.F. 的实验室完成，由 D.W. 和 A.B. 执行，T.F. 和 A.O. 协助；K.W. 和 T.T. 提供了 hBN 晶体；D.W.、A.B. 和 M.Y. 撰写了手稿，全体作者均参与了讨论并提出意见；M.Y. 负责项目的总体指导。

竞争利益声明

作者声明不存在竞争性经济利益或其他可能影响本工作的利益关系。

附加信息

本文通讯作者及材料索取请求请联系 Matthew Yankowitz。

数据可用性声明

本文提供源数据 (source data)。支持本研究结果的所有其他数据均可向通讯作者索取。

参考文献

- [1] E. Y. Andrei and A. H. MacDonald, “Graphene bilayers with a twist,” *Nature Materials*, vol. 19, pp. 1265–1275, 2020.
- [2] K. F. Mak and J. Shan, “Semiconductor moiré materials,” *Nature Nanotechnology*, vol. 17, pp. 686–695, 2022.
- [3] K. P. Nuckolls and A. Yazdani, “A microscopic perspective on moiré materials,” *Nature Reviews Materials*, vol. 9, pp. 460–480, 2024.
- [4] T. Cao, L. Fu, L. Ju, D. Xiao, and X. Xu, “Fractional quantum anomalous hall effect,” *Annual Review of Condensed Matter Physics*, vol. 17, pp. 233–256, 2026.
- [5] S. Peotta and P. Törmä, “Superfluidity in topologically nontrivial flat bands,” *Nature Communications*, vol. 6, p. 8944, 2015.
- [6] H. Tian and others, “Evidence for dirac flat band superconductivity enabled by quantum geometry,” *Nature*, vol. 614, pp. 440–444, 2023.
- [7] A. L. Sharpe and others, “Emergent ferromagnetism near three-quarters filling in twisted bilayer graphene,” *Science*, vol. 365, pp. 605–608, 2019.
- [8] M. Serlin and others, “Intrinsic quantized anomalous hall effect in a moiré heterostructure,” *Science*, vol. 367, pp. 900–903, 2020.
- [9] J. Cai and others, “Signatures of fractional quantum anomalous hall states in twisted MoTe₂,” *Nature*, vol. 622, pp. 63–68, 2023.
- [10] H. Park and others, “Observation of fractionally quantized anomalous hall effect,” *Nature*, vol. 622, pp. 74–79, 2023.
- [11] Z. Lu and others, “Fractional quantum anomalous hall effect in multilayer graphene,” *Nature*, vol. 626, pp. 759–764, 2024.
- [12] Y. Choi and others, “Superconductivity and quantized anomalous hall effect in rhombohedral graphene,” *Nature*, vol. 639, pp. 342–347, 2025.
- [13] M. Kumar and others, “Superconductivity from dual-surface carriers in rhombohedral graphene,” *Nature Physics*, vol. 22, pp. 862–869, 2026.
- [14] P. Stepanov and others, “Competing zero-field chern insulators in superconducting twisted bilayer graphene,” *Physical Review Letters*, vol. 127, no. 197701, 2021.
- [15] M. He and others, “Strongly interacting hofstadter states in magic-angle twisted bilayer graphene,” *Nature Physics*, vol. 21, pp. 1380–1386, 2025.
- [16] F. Xu and others, “Signatures of unconventional superconductivity near reentrant and fractional quantum anomalous hall insulators,” *arXiv preprint arXiv:2504.06972*, 2025.
- [17] H. Polshyn and others, “Electrical switching of magnetic order in an orbital chern insulator,” *Nature*, vol. 588, pp. 66–70, 2020.
- [18] S. Chen and others, “Electrically tunable correlated and topological states in twisted monolayer-bilayer graphene,” *Nature Physics*, vol. 17, pp. 374–380, 2021.
- [19] M. He and others, “Competing correlated states and abundant orbital magnetism in twisted monolayer-bilayer graphene,” *Nature Communications*, vol. 12, p. 4727, 2021.
- [20] D. Waters and others, “Topological flat bands in a family of multilayer graphene moiré lattices,” *Nature Communications*, vol. 15, p. 10552, 2024.
- [21] R. Su and others, “Moiré-driven topological electronic crystals in twisted graphene,” *Nature*, vol. 637, pp. 1084–1089, 2025.
- [22] N. Liu and others, “Diverse high-chern-number quantum anomalous hall insulators in twisted rhombohedral graphene,” *arXiv preprint arXiv:2507.11347*, 2025.
- [23] J. Dong and others, “Observation of integer and fractional chern insulators in high chern number flatbands,” *arXiv preprint arXiv:2507.09908*, 2025.
- [24] Z. Li and others, “Fractional high-chern insulator in twisted rhombohedral graphene,” *Nature*, vol. 655, pp. 892–898, 2026.
- [25] W. Wang and others, “Programmable quantum anomalous hall insulator in twisted crystalline flatbands,” *Physical Review X*, vol. 16, no. 011015, 2026.

- [26] Z. Chen and others, “Layer-engineered quantum anomalous hall effect in twisted rhombohedral graphene,” *Nature Materials*, 2026.
- [27] X. Wang and others, “High-charge-number orbital magnetism in twisted rhombohedral graphene,” *Nature Materials*, 2026.
- [28] J. Dong and others, “Symmetry breaking and phase transitions in twisted rhombohedral trilayer-bilayer graphene,” *Chinese Physics Letters*, vol. 43, no. 060716, 2026.
- [29] R. Su, M. Kuiri, K. Watanabe, T. Taniguchi, and J. Folk, “Superconductivity in twisted double bilayer graphene stabilized by WSe_2 ,” *Nature Materials*, vol. 22, pp. 1332–1337, 2023.
- [30] H. Zhou, T. Xie, T. Taniguchi, K. Watanabe, and A. F. Young, “Superconductivity in rhombohedral trilayer graphene,” *Nature*, vol. 598, pp. 434–438, 2021.
- [31] H. Zhou and others, “Isospin magnetism and spin-polarized superconductivity in bernal bilayer graphene,” *Science*, vol. 375, pp. 774–778, 2022.
- [32] Y. Xia and others, “Superconductivity in twisted bilayer WSe_2 ,” *Nature*, vol. 637, pp. 833–838, 2025.
- [33] K. Kolář, D. Waters, J. Folk, M. Yankowitz, and C. Lewandowski, “Single-gate tracking behavior in flat-band multilayer graphene devices,” *arXiv:2503.10749*, 2025.
- [34] A. Okounkova and others, “Anomalous metal and superconducting phases in rhombohedral graphene,” *Nature*, 2026.
- [35] A. Kapitulnik, S. A. Kivelson, and B. Spivak, “Colloquium: Anomalous metals: Failed superconductors,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 91, no. 011002, 2019.
- [36] Y. Xia and others, “Bandwidth-tuned mott transition and superconductivity in moiré WSe_2 ,” *Nature*, vol. 650, pp. 585–591, 2026.
- [37] Y. Guo and others, “Angle evolution of the superconducting phase diagram in twisted bilayer WSe_2 ,” *Nature*, vol. 652, pp. 622–627, 2026.
- [38] Z. Huo and others, “Spin-polarized superconductivity and high-charge insulators in twisted rhombohedral graphene family,” *arXiv:2609.12504*, 2026.
- [39] Z. Zheng and others, “Unconventional ferroelectricity in moiré heterostructures,” *Nature*, vol. 588, pp. 71–76, 2020.
- [40] D. Waters and others, “Anomalous Hysteresis in Graphite/Boron Nitride Transistors,” *Nano Letters*, vol. 25, pp. 8768–8774, 2025.
- [41] G. Maffione and others, “Twist-angle-controlled anomalous gating in bilayer graphene/bn heterostructures,” *Nature Materials*, 2026.

补充材料

Incipient superconductivity and tunable Chern insulators in
twisted Bernal bilayer-trilayer graphene (补充材料中文译本)

方法

器件制备： 石墨与六方氮化硼 (hBN) 晶体均经机械剥离得到，再用光学显微镜逐片筛选。同时包含双层与三层区域的石墨烯片，靠仔细数清片内的单层、双层台阶来辨认，台阶位置由光学衬度的变化标定。确定目标区域后，用无光刻胶的局部阳极氧化纳米光刻把它隔离出来。全部范德华异质结构都用标准干法转移组装，转移介质是贴在聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 印章上的聚碳酸酯 (PC) 薄膜。器件自上而下构建 (图 1a 插图)，最终落在 SiO₂ 衬底上。随后用标准反应离子刻蚀 (CHF₃/O₂) 与电子束光刻定义双栅霍尔条图形并做出电极。所有光刻图形都写在聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 抗蚀层上，器件的电气连接统一采用 7/70 nm 的 Cr/Au。

输运测量： D1 器件 ($\theta \approx 1.18^\circ$) 共经历四次热循环，依次在这四套测量环境中完成：第一次用配单轴超导磁体的 Bluefors LD 稀释制冷机；第二次改用配三轴超导矢量磁体的 Bluefors LD；第三次回到单轴系统；第四次则用另一台配三轴超导矢量磁体和快速换样 (FSE) 系统的 Bluefors LD。三套系统在混合腔处的标称基温分别为 $T = 10$ mK、25 mK 与 8 mK；第一次热循环中，混合腔温度计在基温处读数为 $T = 50$ mK。下文报告的温度都直接取自制冷机出厂配备的传感器，未作进一步修正；第一次与第三次循环在同一系统中以同一配置完成，两次数据几乎一致。四端锁相测量的激励电流取 $I \leq 10$ nA，频率低于 50 Hz：这样既能分辨灵敏的输运特征，又能压低电子噪声。呈现的 ρ_{xx} 与 dV/dI 结果，都已把原始电阻按霍尔条宽度与电压探针间距之比换算过。为缓解接触问题，还对 Si 衬底施加了 15 V 到 -20 V 的全局背栅电压。图 S19 给出 D1 的光学显微照片，并标出输运测量所用的主要电极构型。两台 $\theta \approx 1.33^\circ$ 器件 (D2 与 D4) 的输运测量同样在配单轴超导磁体的 Bluefors LD 中完成，混合腔温度稳定在 $T = 10$ mK 附近，测量配置与前述一致。D3 及其余样品的补充测量在 1.5 K 或更高温度下进行，使用的是 Cryomagnetics 变温插入系统或经改造的 Janis G-M 制冷机。

栅压到密度与位移场的换算： 载流子密度 n 与位移场 D 由上、下两层石墨栅独立调谐，两者与栅压的换算关系为

$$n = \frac{C_b V_b + C_t V_t}{e}, \quad D = \frac{C_t V_t - C_b V_b}{2\epsilon_0}$$

其中 C_t 、 C_b 分别是上、下栅的单位面积电容， e 为元电荷， ϵ_0 为真空介电常数。栅电容由量子霍尔态随 B_{perp} 演化时的斜率拟合估算。若干栅压图与朗道扇图做过对称化或反对称化，以压低 ρ_{xx} 与 ρ_{xy} 之间的信号串扰，具体定义为

$$\rho_{xx} = \frac{\rho_{xx}(B>0) + \rho_{xx}(B<0)}{2}, \quad \rho_{xy} = \frac{\rho_{xy}(B>0) - \rho_{xy}(B<0)}{2}$$

凡涉及超导态随 B_{perp} 变化的测量，都微调过 B_{perp} 的取值，使 ρ_{xx} 关于 $B = 0$ T 对称。这一步修正的是超导磁体线圈中残留的磁通。

扭转角的标定： 莫尔能带的填充因子定义为 $\nu = n/(n_s/4)$ ，其中 n_s 是把四重简并莫尔能带完全填满所需的载流子密度。扭转角 θ 与 n_s 的关系为 $n_s = 8\theta^2/(\sqrt{3}a^2)$ ，式中 $a = 0.246$ nm 是石墨烯的晶格常数。对每台器件，我们按实验测得的、把四条莫尔能带全部填满所需的载流子密度来估计其扭转角。拟合出 hBN 的电容后即可算出角度，这些电容值取自电压对垂直磁场的朗道扇中已知 Str da 斜率的量子霍尔态。部分器件还另用朗道扇中提取的 Brown-Zak 磁电导振荡序列作拟合，作为独立的交叉检验。

临界温度分析： 图 2、图 3、图 4 与图 S11 报告的是超导口袋的临界温度。我们把 T_c 定义为电阻降到正态电阻 R_n 的 50% 时的温度。 R_n 的求法是先对 T_c 以上温度的电阻拟合一条直线，再找出数据偏离这条直线的位置——偏离判据取实测电阻与拟合值之差超过拟合残差标准差 3 倍。 R_n 即拟合直线在该温度处给出的电阻值。示例拟合见图 S10。无论把 T_c 定义为正态电阻的 30%、50% 还是 90%，图 3b 中 T_c 分布图的定性特征都不变。

费米面分析： 图 S7d 对 $\rho_{xx}(1/B)$ 做快速傅里叶变换 (FFT)，以提取费米面的信息。处理流程是：先拟合并从原始 $\rho_{xx}(B)$ 数据中减去一个五阶多项式，再把扣除后的数据插值到均匀网格上，然后做傅里叶变换。原始频率另外除以 Luttinger 体积 $n(h/e)$ 作归一化。归一化频率 f_ν 对应动量空间中一条回旋轨道所围住的费米面份额，因此可以据此推断费米面的简并度。图 S7d 的分析用到的磁场范围是 $B_{\text{perp}} = 1$ T 到 $B_{\text{perp}} = 4$ T，取自图 S7c 的朗道扇。

$\theta = 1.33^\circ$ 器件中的反常磁滞： 在这两台 $\theta = 1.33^\circ$ 器件之一中，我们在 ν - D 栅压图上看到一些特征似乎只跟随单个栅压变化 (图 S5)，并且改变栅压扫描方向时呈现电子棘轮行为。这类反常磁滞已知会出现

在某些石墨烯/hBN 异质结构中 [39], [40], 并被认为与异质结构内部各层 hBN 之间的转动对准有关 [41]; 不过触发这一行为的确切条件仍不清楚。我们调整了这台器件的工作方式, 使反常磁滞不影响本文结论。

有限平行场下的测量: 在有限 B_{par} 下测量时, 样品倾斜带来的垂直场分量要靠 dV/dI 随 B_{perp} 与 I_{dc} 变化的分布图来消除 (图 4g、图 4h)。在这类图上, 真正的 $B_{\text{perp}} = 0$ 就是 dV/dI 关于其对称的那条线。确定这条线之后, 再调整矢量磁体的各通道设定值, 补偿掉无意间加上的垂直分量, 样品上便只留下面内磁场。

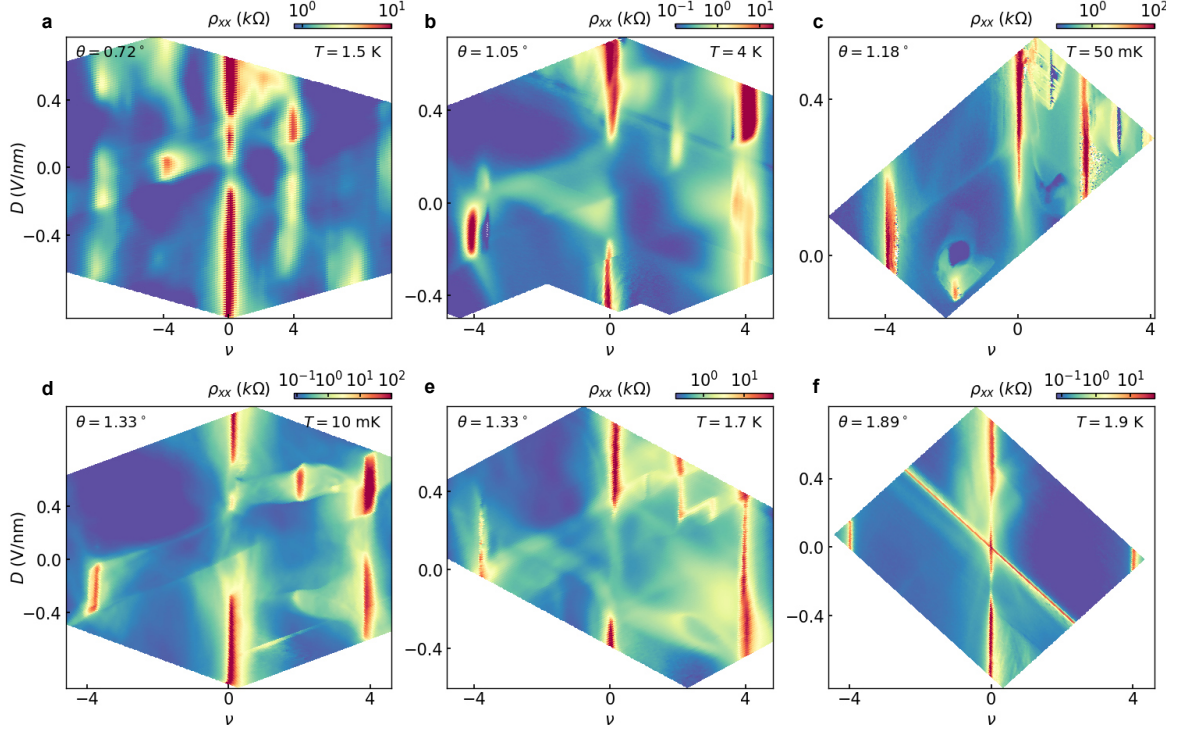


图 S1 全部器件的输运表征。六个扭转角不同的扭曲 Bernal 双层-三层石墨烯器件中 ρ_{xx} 随 ν 与 D 变化的栅压图: a, $\theta = 0.72^\circ$; b, 1.05° ; c, 1.18° ; d-e, 1.33° ; f, 1.89° 。扭转角的计算方法见方法部分, 所有图均在 $B = 0$ T 下测得。

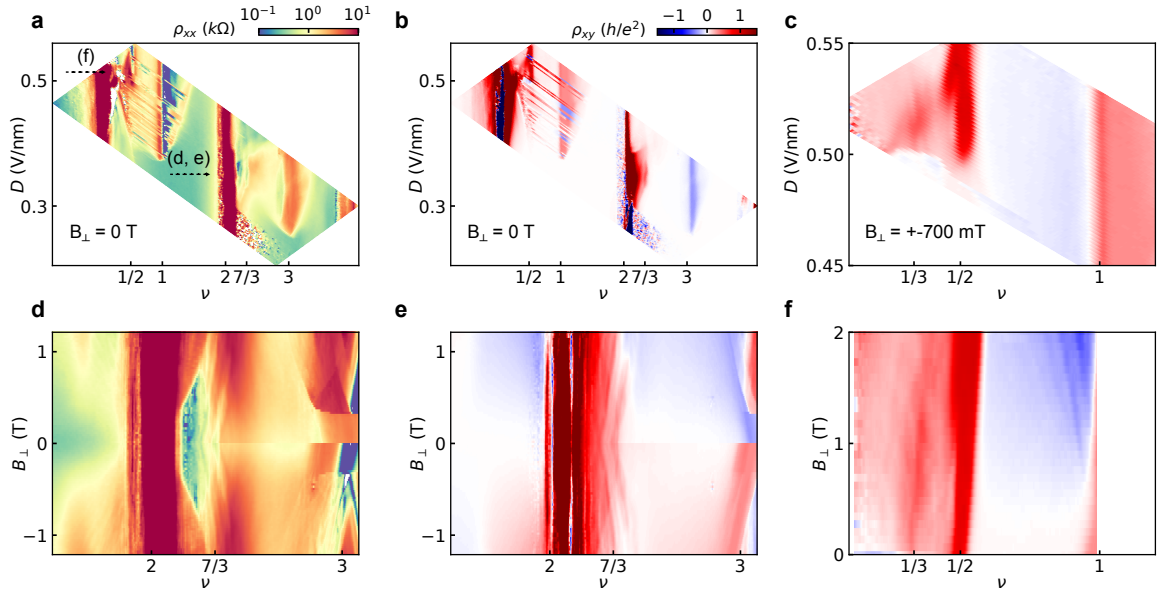


图 S2 $\theta = 1.18^\circ$ 器件的补充栅压图与朗道扇图。a, $B = 0$ T 下 ρ_{xx} 随 D 与 ν 变化的放大栅压图。b, 与 a 相同, 量为 ρ_{xy} 。c, 器件高 D 区域的图, 在 $B_{\text{perp}} = \pm 700$ mT 下测得。d, 沿 a 中黑色虚线取得的朗道扇图。e, 与 d 对应的 ρ_{xy} 。f, 高 D 处沿 a 中黑色虚线取得的反对称化 (ρ_{xy}) 朗道扇图。

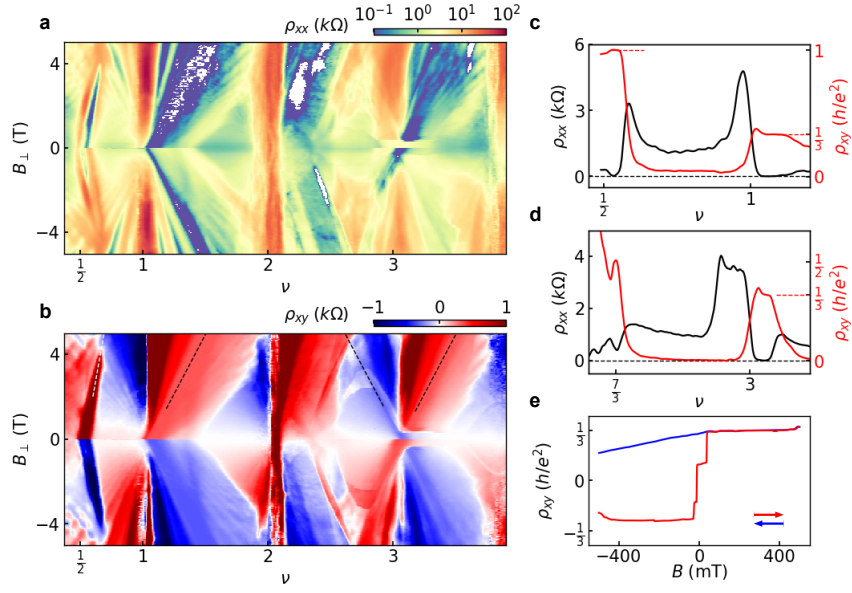


图 S3 $\theta = 1.18^\circ$ 器件高 D 处的朗道扇图与线扫描。a, ρ_{xx} 朗道扇图, 对应图 1c 中的对称化扇图。b, 与 a 同理, 对应图 1c 反对称化扇图的 ρ_{xy} 。白色与黑色虚线标出 $C = +1, -3$ 和 $+3$ 态的 Stréda 轨迹。c, $V_g = 9.3$ V、 $B = 0$ T 时沿 V_g 扫描、经过 $\nu = 1/2$ 与 1 的 ρ_{xx} 和 ρ_{xy} 线扫描。d, $V_g = 8.26$ V、 $B = 0$ T 时沿 V_g 扫描、经过 $\nu = 3$ 的 ρ_{xx} 和 ρ_{xy} 线扫描。e, $\nu = 3$ 、 $D = 0.31$ V/nm 处 ρ_{xy} 随 B_{perp} 的变化。所有测量均在 $T = 100$ mK 下完成。

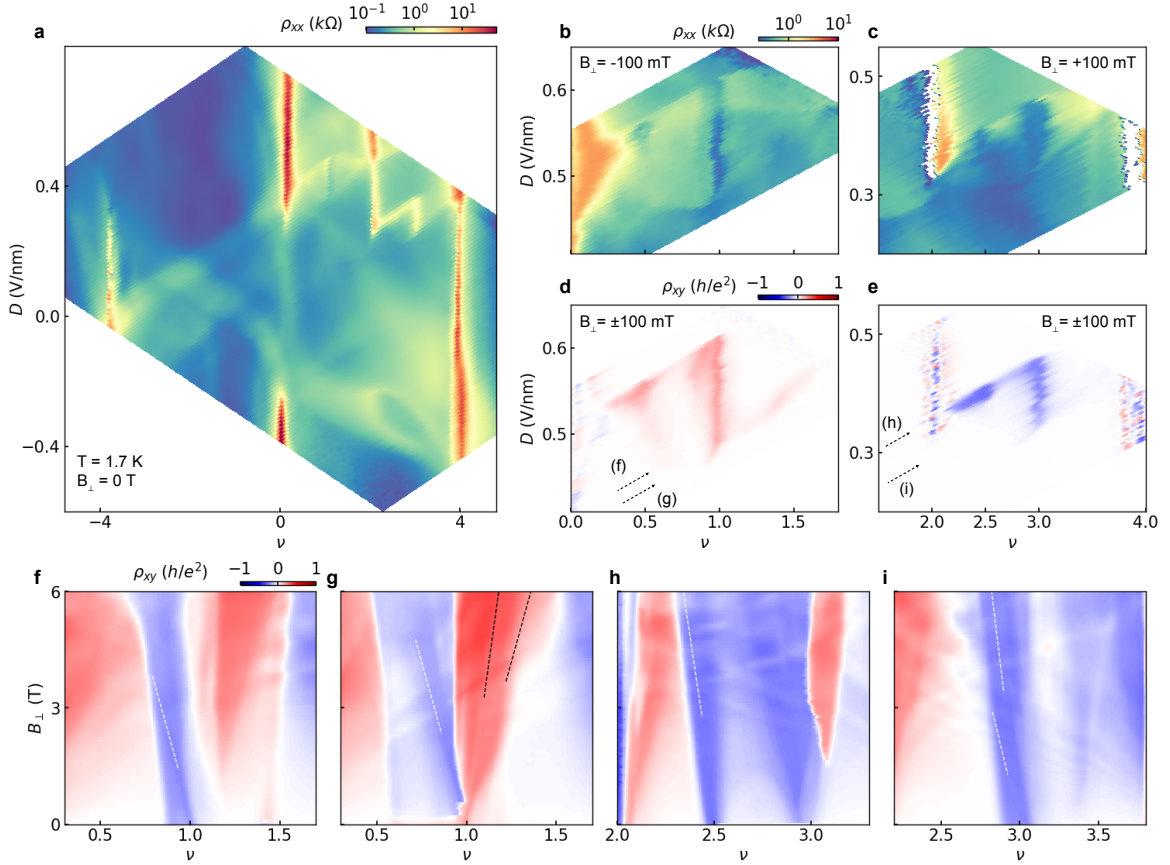


图 S4 $\theta = 1.33^\circ$ 器件 (D2) 的栅压图与朗道扇图。a, 全栅压范围内 ρ_{xx} 随 D 与 ν 变化的图, $T = 1.7$ K。b, $\nu = 1$ 附近 ρ_{xx} 的放大图, $T = 10$ mK、 $B_{\text{perp}} = -100$ mT。c, 与 b 类似的图, 范围在 $\nu = 3$ 附近, $B_{\text{perp}} = 100$ mT。d、e, 分别与 b、c 对应的反对称化 ρ_{xy} 。f-i, 反对称化 ρ_{xy} 朗道扇图, 依次取自 $V_g =$ f, 7 V; g, 7.2 V; h, 4.8 V; i, 7.2 V。白色与黑色虚线标出 $C = -1, +1, -2$ 和 $+2$ 态的 Stréda 轨迹。需说明的是, g 与 i 的扇图中, $B = 0$ T 处 Chern 数的大小难以判定, $|C|$ 介于 1 与 2 之间。

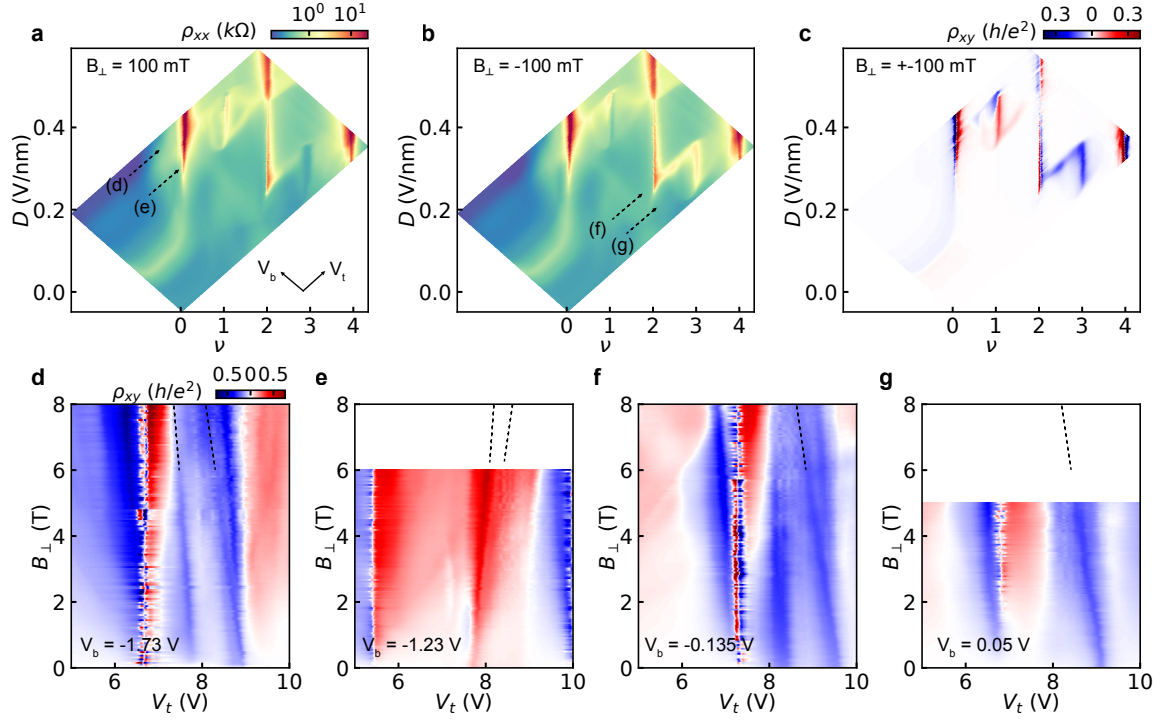


图 S5 $\theta = 1.33^\circ$ 器件 (D2) 在 $T = 1.7$ K 下的朗道扇图与栅压图。a, $B_{\text{perp}} = 100$ mT 下 ρ_{xx} 随 D 与 ν 变化的放大栅压图。b, 与 a 相同, $B_{\text{perp}} = -100$ mT。c, 与 a, b 对应的反对称化 ρ_{xy} 。d, 反对称化 ρ_{xy} 朗道扇图, 在 $V_b = -1.73$ V 处沿 a 中黑色虚线取得, 穿过 $\nu = 1/2$ 与 $\nu = 1$; 虚线对应 $C = -1$ 和 $C = -2$ 。e, $V_b = -1.23$ V, 穿过 $\nu = 1$; 虚线对应 $C = 1$ 和 $C = 2$ 。f, $V_b = -0.135$ V, 穿过 $\nu = 5/2$ 与 $\nu = 3$; 虚线对应 $C = -2$ 。g, $V_b = 0.05$ V, 穿过 $\nu = 3$; 虚线对应 $C = -2$ 。所有测量均在 $T \approx 1.7$ K 下完成。

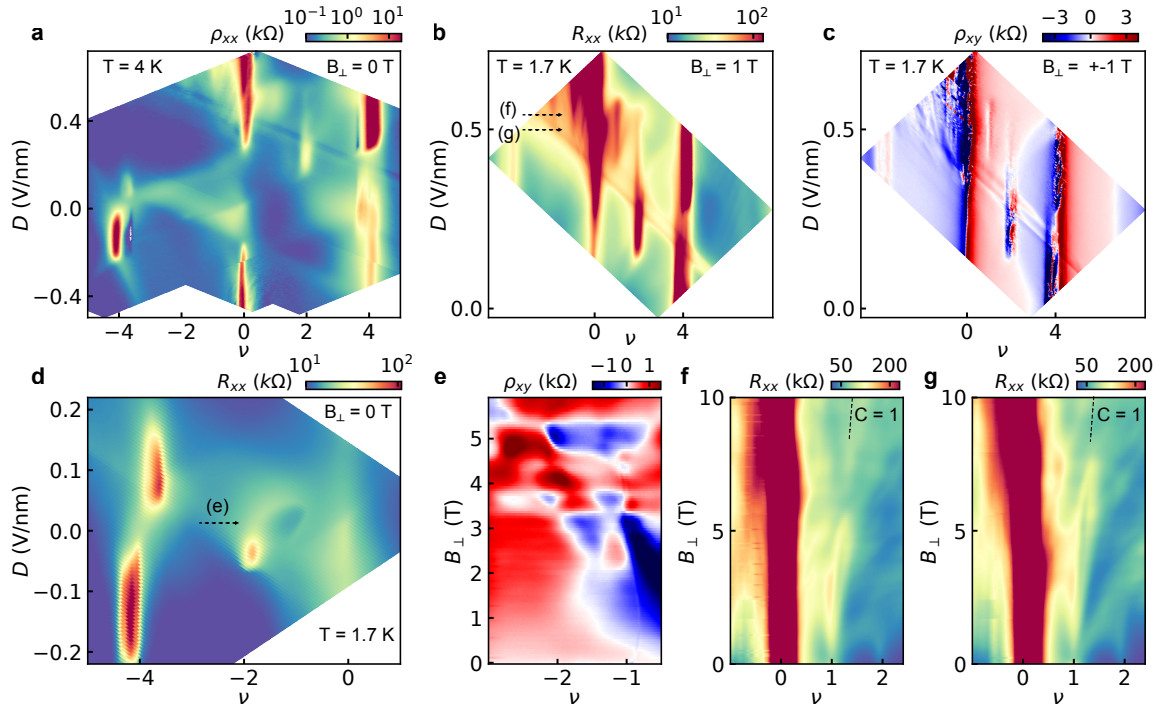


图 S6 $\theta = 1.05^\circ$ 器件 (D3) 的测量结果。a, 全栅压范围内 ρ_{xx} 随 D 与 ν 变化的图, $T = 4$ K。b, 高 D 区域的放大图, $T = 1.7$ K, $B = 1$ T。c, 与 b 对应的反对称化 ρ_{xy} 。d, 相图空穴掺杂一侧的放大图, 量为 R_{xx} , 随 D 与 ν 变化。e, 反对称化 ρ_{xy} 朗道扇图, 沿 d 中黑色虚线取得, $D \approx 0.015$ V/nm。f, g, R_{xx} 朗道扇图, 分别沿 b 中标出的虚线取得 ($D \approx 0.53$ V/nm 与 $D \approx 0.49$ V/nm)。标为 R_{xx} 的测量采用三端接触构型, 标为 ρ_{xx} 的测量采用四端接触构型。

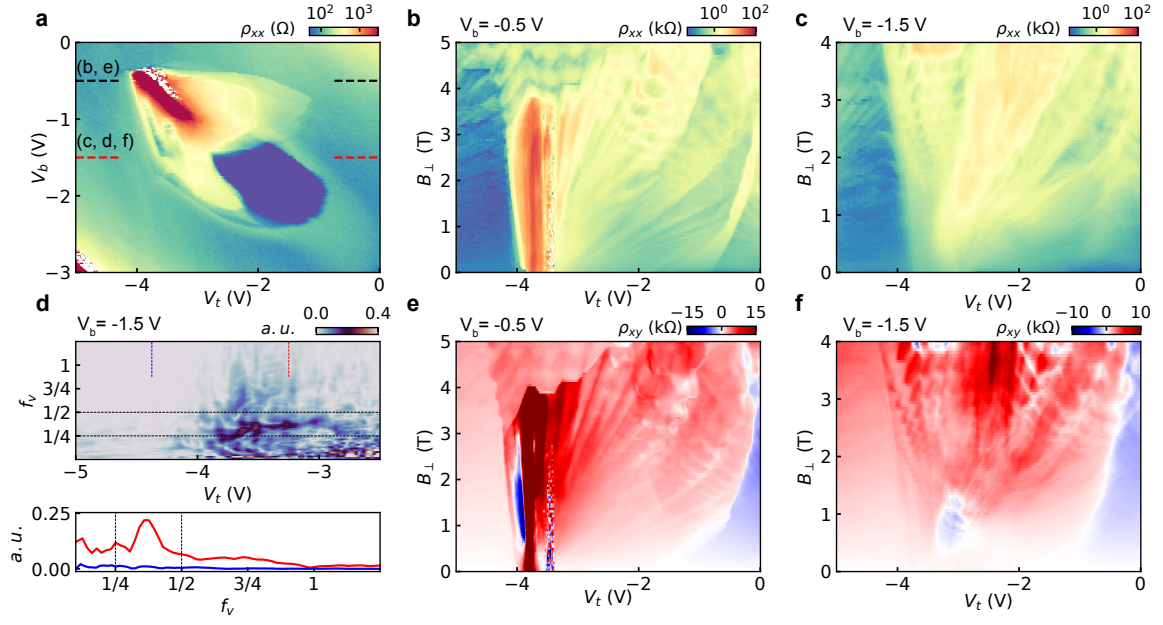


图 S7 穿过关联电阻晕的朗道扇图。a, $\nu = -2$ 处关联电阻晕周边区域 ρ_{xx} 随 V_b 与 V_t 变化的图 (器件 D1); 虚线标出 b-f 各测量的位置。b, ρ_{xx} 随 B 与 V_t 变化的朗道扇图, $V_b = -0.5$ V, 沿 a 中黑色虚线取得。c, 与 b 相同, $V_b = -1.5$ V, 沿 a 中红色虚线取得。d, 上图: 对 c 的数据作 $\rho_{xx}(1/B)$ 的快速傅里叶变换 (FFT); 下图: 沿上图蓝色 ($V_t = -4.38$ V) 与红色 ($V_t = -3.25$ V) 虚线的线扫描。e, 与 b 对应的 ρ_{xy} 。f, 与 c 对应的 ρ_{xy} 。

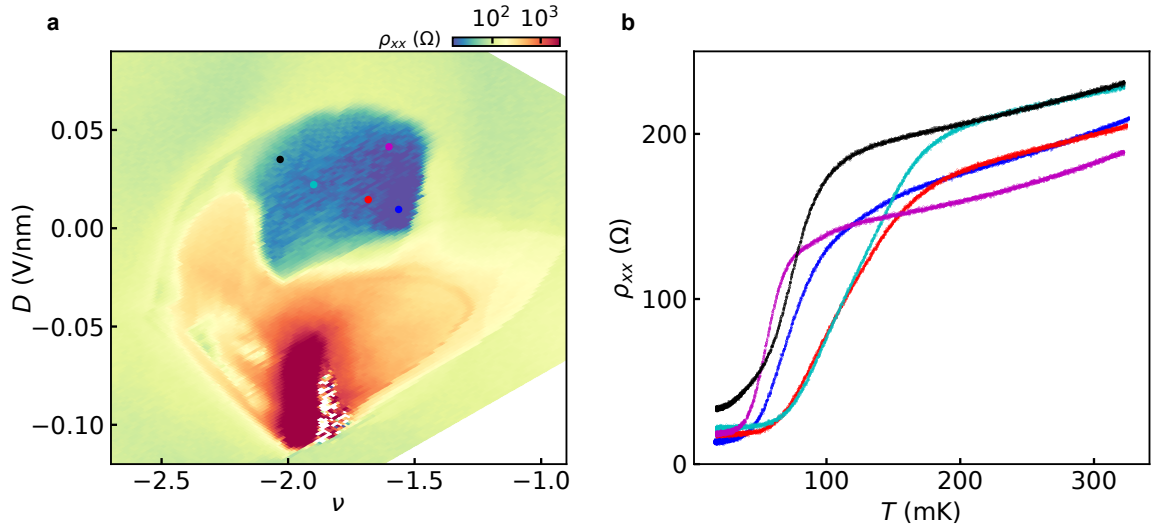


图 S8 低阻口袋中 ρ_{xx} 随 T 的变化。a, $\nu = -2$ 处关联电阻晕周边区域 ρ_{xx} 随 ν 与 D 变化的图 (器件 D1)。b, 在低阻口袋内不同位置测得的 ρ_{xx} - T 曲线, 曲线颜色与 a 中的圆点一一对应。

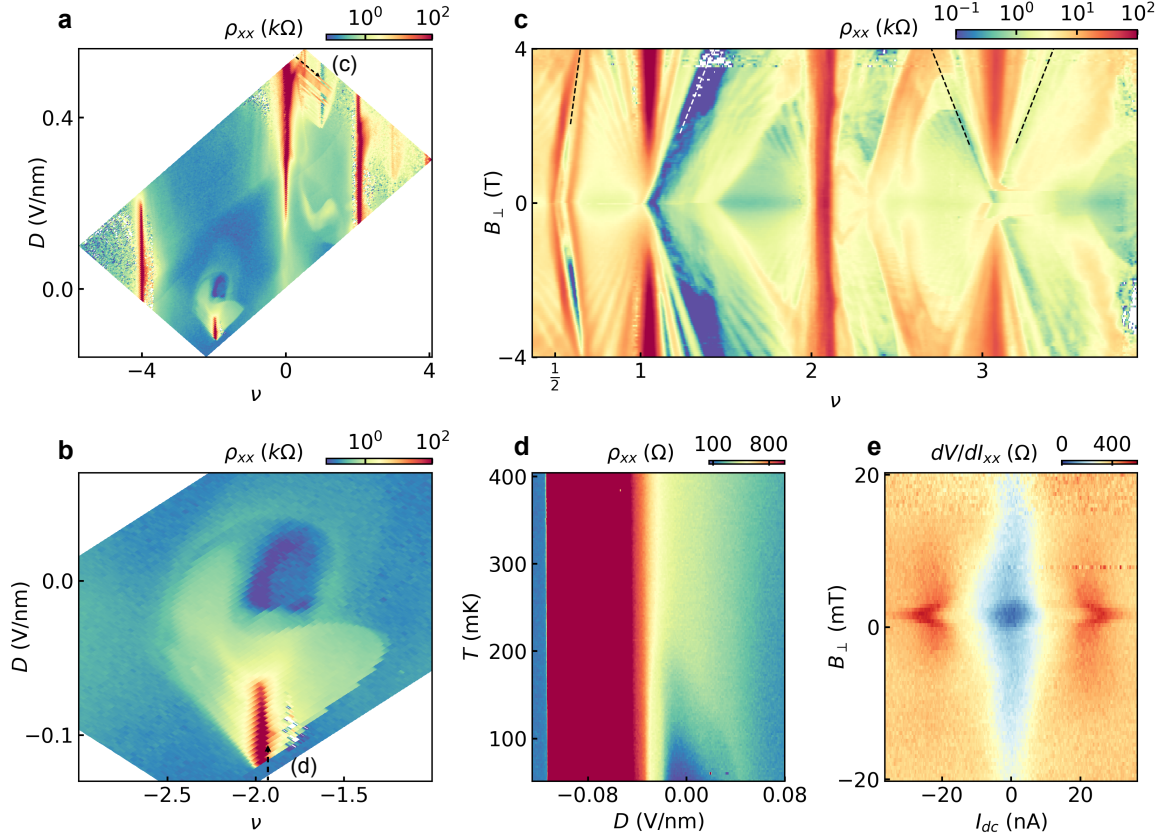


图 S9 $\theta = 1.18^\circ$ 器件中另一对触点的测量结果。a, ρ_{xx} 随 D 与 ν 变化的图。b, $\nu = -2$ 附近晕区 ρ_{xx} 的放大图。c, $V_\perp = 9.05$ V 处取得的朗道扇图 (与图 S3a 相同), 位置由 a 中黑色虚线标出; 白色与黑色虚线标出 $C = +1$ 、 $+3$ 和 -3 态的 Strěda 轨迹。d, $\nu = -1.95$ 处 ρ_{xx} 随 T 与 D 的变化, 位置由 b 中黑色虚线标出。e, $\nu = -1.95$ 、 $D = 0.01$ V/nm 处 dV/dI 随 I_{dc} 与 B_{perp} 的变化。除 d 外, 所有测量均在 $T = 50$ mK 下完成。

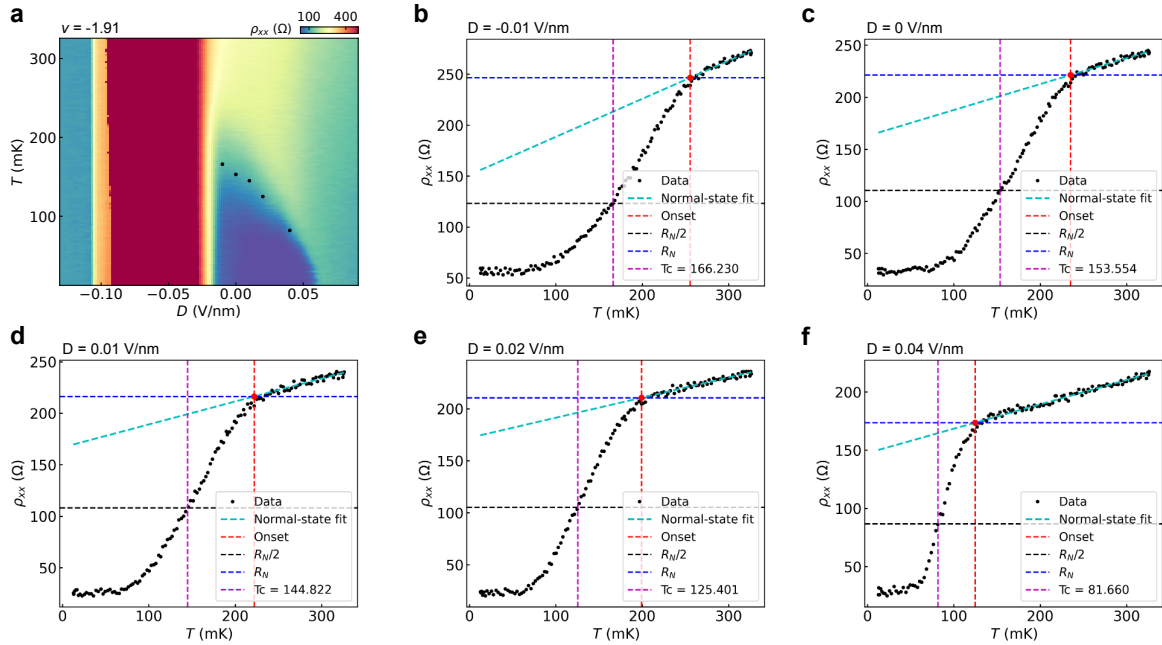


图 S10 T_c 分析示例。a, 器件 D1 低阻口袋范围内固定 $\nu = -1.91$ 时 ρ_{xx} 随 T 与 D 变化的测量; 黑点为 b-f 所确定的 T_c 取值。b, $D = -0.01$ V/nm 处的 T_c 分析。c, $D = 0$ V/nm。d, $D = 0.01$ V/nm。e, $D = 0.02$ V/nm。f, $D = 0.04$ V/nm。

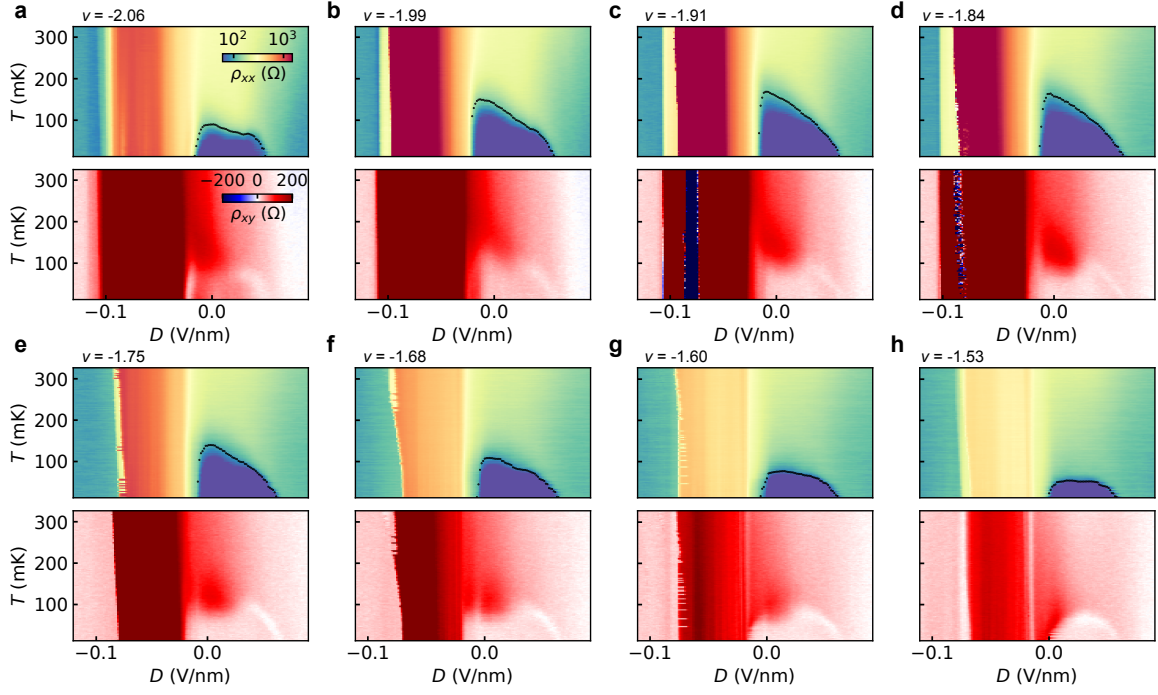


图 S11 低阻口袋内 ρ_{xx} 随 T 与 D 的变化。a 上：器件 D1 的低阻口袋中，固定 $\nu = -2.06$ 测得的 ρ_{xx} 随 T 与 D 的变化；黑点标出 $T_{c50\%}$ ，即 ρ_{xx} 降到正常态电阻 50% 处的温度。下：相应的 ρ_{xy} 。b, $\nu = -1.99$ 时的同一组测量。c, $\nu = -1.91$ 。d, $\nu = -1.84$ 。e, $\nu = -1.75$ 。f, $\nu = -1.68$ 。g, $\nu = -1.60$ 。h, $\nu = -1.53$ 。

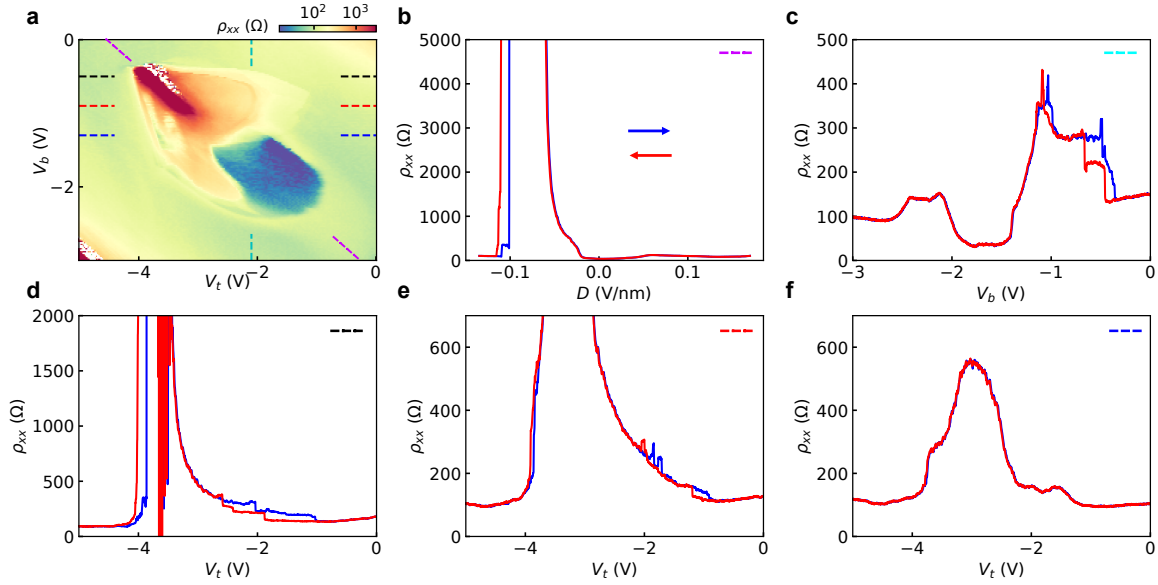


图 S12 跨越电阻晕边界的磁滞。a, 器件 D1 中 ρ_{xx} 随 V_b 与 V_t 变化的栅压图。b, 固定 $\nu = -1.95$ 、沿 a 中所标虚线扫描得到的正向（蓝）与反向（红）曲线。c, 与 b 相同，只是固定 $V_t = -2.1$ V。d, $V_b = -0.5$ V。e, $V_b = -0.9$ V。f, $V_b = -1.3$ V。

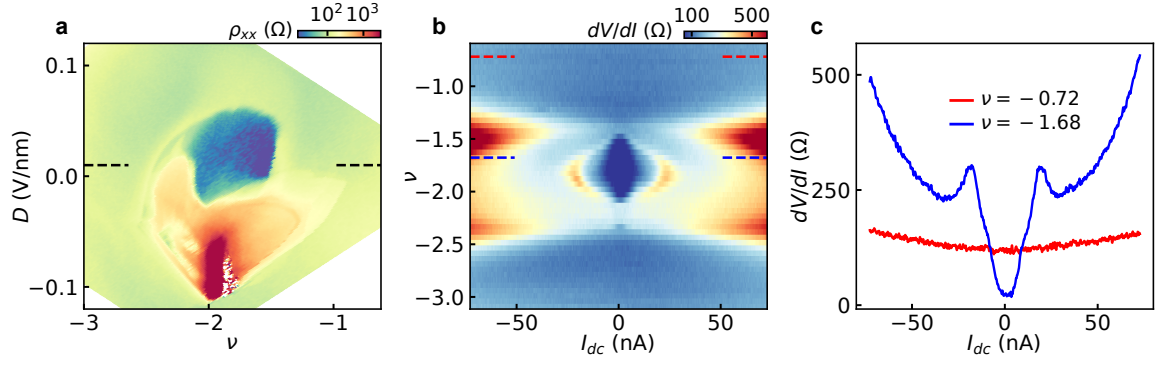


图 S13 低阻口袋范围内 dV/dI 随 ν 的变化。a, 器件 D1 中 $\nu = -2$ 关联电阻晕周边区域 ρ_{xx} 随 ν 与 D 变化的分布图。b, 固定 $D = 0.01$ V/nm (即 a 中黑色虚线) 时, 跨越低阻口袋的 dV/dI 随 ν 与 I_{dc} 变化的分布图。c, 沿 b 中蓝色与红色虚线取得的线扫描。

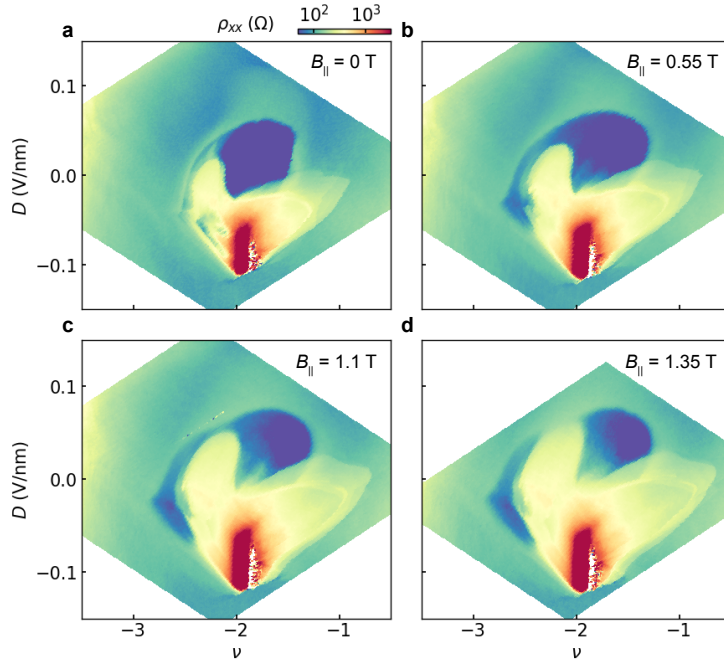


图 S14 电阻晕区域对平行场的依赖。a, $B_{\text{par}} = 0$ T 时 $\nu = -2$ 关联电阻晕周边区域 ρ_{xx} 随 ν 与 D 变化的分布图。b, 与 a 相同, $B_{\text{par}} = 0.55$ T。c, $B_{\text{par}} = 1.1$ T。d, $B_{\text{par}} = 1.35$ T。各幅分布图都对应图 4b 的示意, 且均在 $B_{\text{perp}} = 0$ T 下测得。

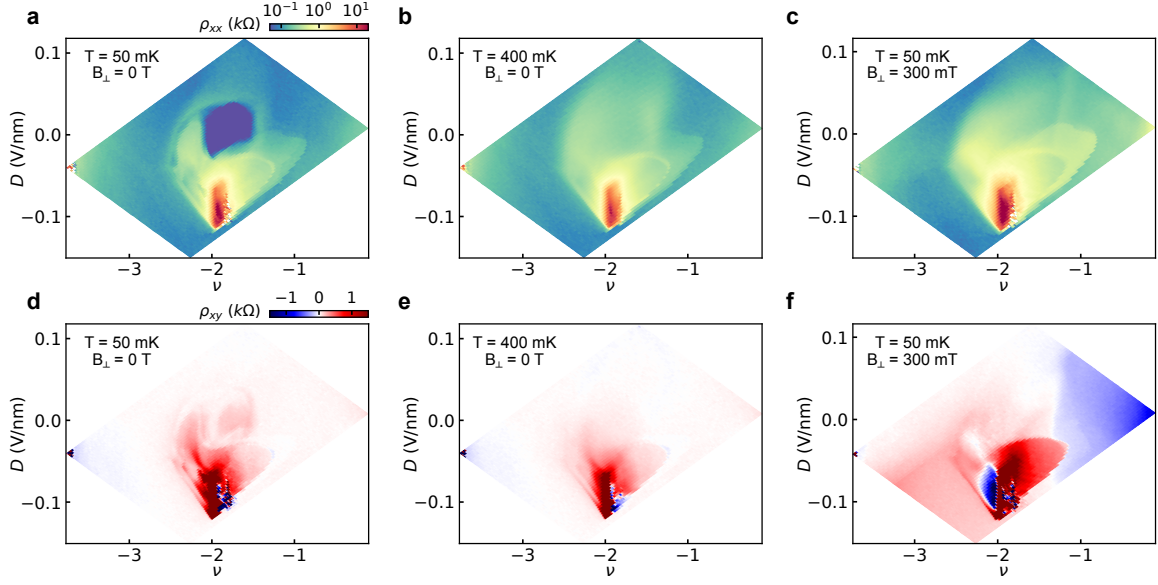


图 S15 不同温度与磁场下电阻晕区域的对比。a, $T = 50$ mK、 $B = 0$ 时 ρ_{xx} 随 D 与 ν 变化的分布图。b, 与 a 相同, 只是 $T = 400$ mK。c, $B = 300$ mT。d-f, a-c 各自对应的 ρ_{xy} 。测量在一台配备单轴超导磁体的 Bluefors LD 稀释制冷机中完成。

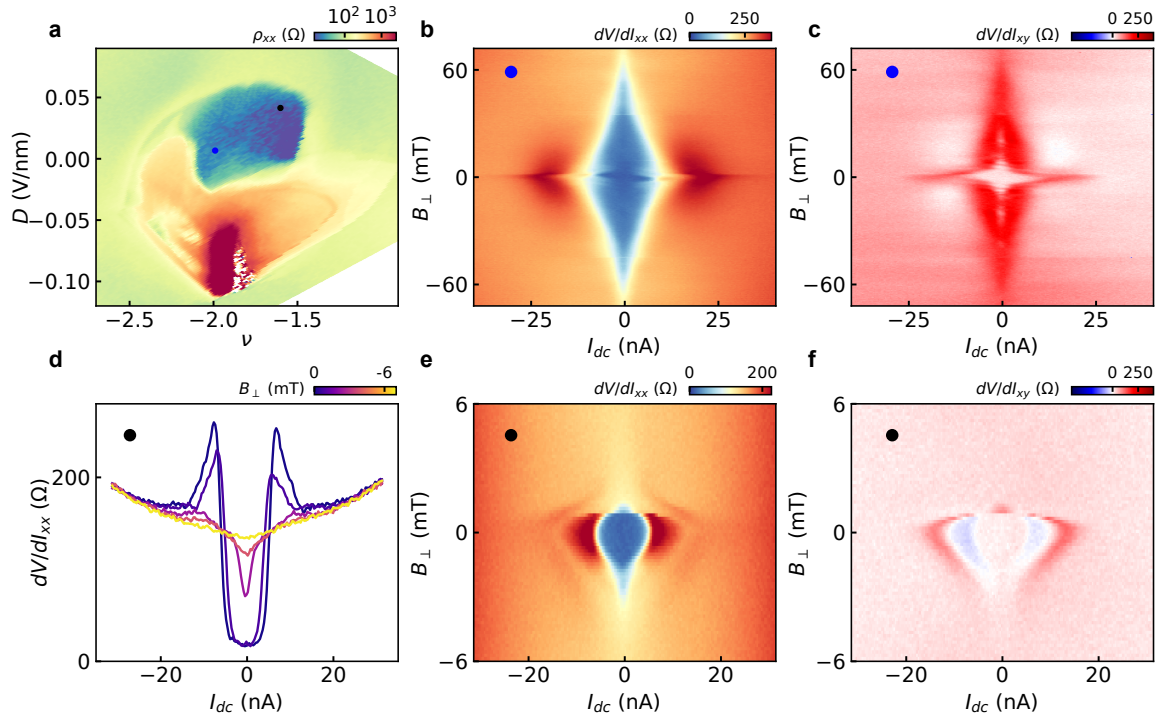


图 S16 初发超导态下的微分电阻测量。a, 器件 D1 中 $\nu = -2$ 关联电阻晕周边区域 ρ_{xx} 随 ν 与 D 变化的分布图。b, a 中蓝点处 dV/dI_{xx} 随 B_{perp} 与 I_{dc} 变化的分布图。c, b 对应的 dV/dI_{xy} 。d, 取自 e 那张分布图、不同 B_{perp} 下 dV/dI_{xx} 的线扫描。e, 与 b 相同, 只是取自 a 中的黑点。f, e 对应的 dV/dI_{xy} 。

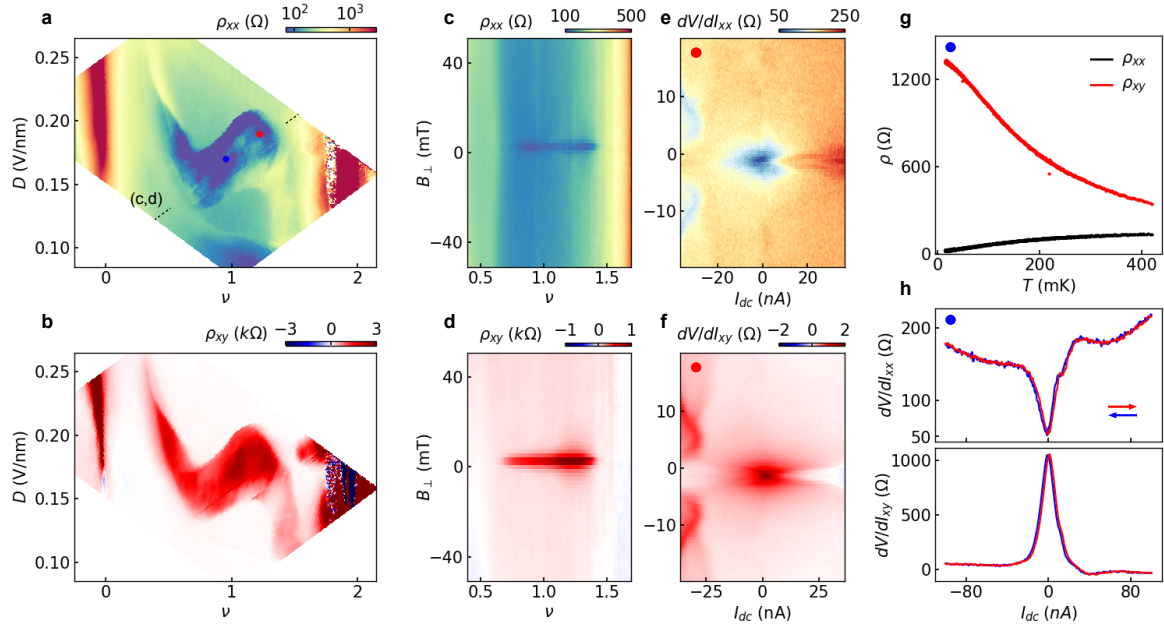


图 S17 电子掺杂一侧低阻区的分析。a, $B = 0$ T 下电子掺杂一侧低阻区附近的 ρ_{xx} 随 D 与 ν 变化的放大分布图。b, 同一区域的 ρ_{xy} 。c, 固定 $V_b = -1.2$ V、沿 a 中虚线测得的 ρ_{xx} 随 B_{perp} 与 ν 的变化。d, c 同一截线上的 ρ_{xy} 。e, a 中红点处 ($\nu = 1.22$ 、 $D = 0.19$ V/nm) dV/dI_{xx} 随 I_{dc} 与 B_{perp} 变化的分布图。f, 同一位置的 dV/dI_{xy} 。g, a 中蓝点处 ($\nu = 0.95$ 、 $D = 0.17$ V/nm) 沿一维路径的 ρ_{xx} 与 ρ_{xy} 。h, 同一蓝点处 dV/dI_{xx} 与 dV/dI_{xy} 的线扫描。

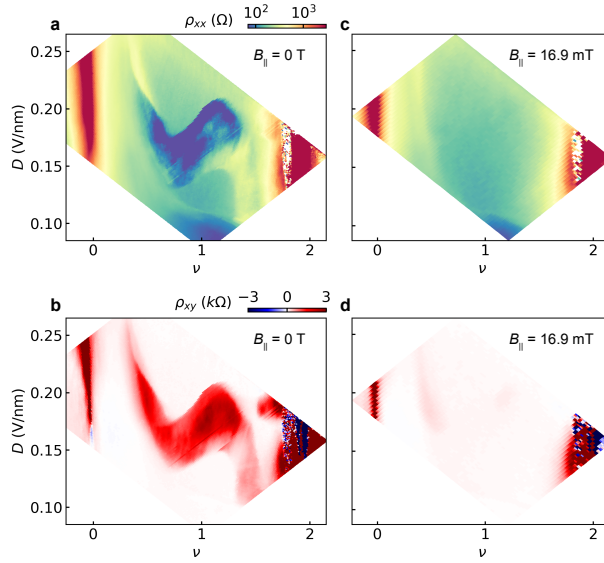


图 S18 电子掺杂一侧低阻区对平行场的依赖。a, $B = 0$ T 下电子掺杂一侧低阻区附近的 ρ_{xx} 随 D 与 ν 变化的放大分布图 (与图 S17a 相同)。b, 同一区域的 ρ_{xy} (与图 S17b 相同)。c, 与 a 相同, 只是 $B_{\text{par}} = 16.9$ mT。d, c 对应的 ρ_{xy} 。所有测量均在 $T = 8$ mK、 $B_{\text{perp}} = 0$ T 下完成。

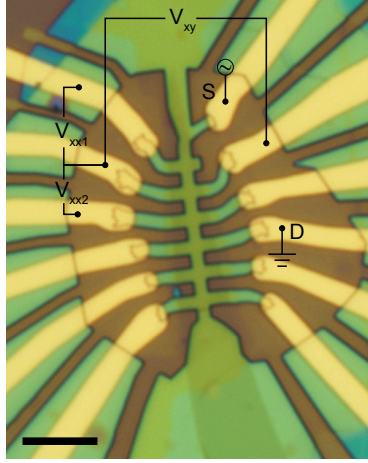


图 S19 器件 D1 ($\theta = 1.18^\circ$) 输运测量所用的主接触构型。比例尺为 $5\ \mu\text{m}$ 。

表 S1 所有器件中已观测 Chern 数的汇总。不同扭转角 θ 的器件在各 ν 处关联绝缘态的 Chern 数。有两处需要说明： $\theta = 1.18^\circ$ 器件上 $\nu = 1/3$ 与 $\nu = 7/3$ 两处的态，我们无从分辨它究竟是整数态还是分数态； $\theta = 1.33^\circ$ 器件上 $\nu = 1$ 与 $\nu = 3$ 两处的态，在 $B = 0\ \text{T}$ 下同样难以区分 $|C| = 1$ 还是 2（见图 S4 与图 S5），只是在 $\nu = 1$ 处确有一个清晰的 $|C| = 2$ 特征，随场降低一路延续到零场。 $\theta = 1.50^\circ$ 器件的数据取自 [21]。

θ (度)	$\nu = -2$	$\nu = 1/4$	$\nu = 1/3$	$\nu = 1/2$	$\nu = 2/3$	$\nu = 1$	$\nu = 3/2$	$\nu = 2$	$\nu = 7/3$	$\nu = 5/2$	$\nu = 3$
1.50°	$C = 0$	$ C = 1$	$ C = 1^\dagger$	$ C = 1^\dagger$	$ C = 1^\dagger$	$C = 0$	$ C = 1^\dagger$	$C = 0$			$C = 0$
1.33°				$ C = 1^\dagger$		$ C = 2^{\diamond?}$		$C = 0$		$ C = 1$	$ C = 2^?$
1.18°	$C = 0$		$ C = 1^?$	$ C = 1$		$ C = 3$		$C = 0$	$ C = 2^?$		$ C = 3^{\diamond}$
1.05°	CI					$ C = 1^\dagger$		$C = 0$			
0.72°						$C = 0$		$C = 0$			

$\dagger$ 表示只在有限磁场下才形成的态。

$\diamond$ 表示朗道扇图中正、负 Chern 两种态同时出现。

$?$ 表示 Chern 数尚不确定的态，详见表注。

灰色底纹表示该态发育不完全、但 $|C| > 0$ ，其 Chern 数由朗道扇图推断得到。

CI 表示关联绝缘体，其随 B 的行为未加研究。

空格表示金属态。