

可调谐双曲超材料增强单光子发射

Tunable Hyperbolic Metamaterials for Brightening Single-Photon Emission

Manobina Karmakar Pavel Klok Filip Ligmajer Leonardo de S. Menezes

慕尼黑大学物理学院混合纳米系统讲席与慕尼黑纳米研究所, Königinstraße 10, 80539 München, 德国

布尔诺理工大学机械工程学院物理工程研究所, Technická 2, 61669 Brno, 捷克

布尔诺理工大学中欧技术研究所, Purkyňova 123, 61200 Brno, 捷克

伯南布哥联邦大学物理系, 50670-901 Recife-PE, 巴西

2026 年 9 月

摘要

双曲超材料 (HMM) 凭借异常庞大的光子态密度 (PDOS) 被广泛用于增强自发辐射, 然而超过 100 的 Purcell 因子 (PF) 很少真正转化为更亮的发射, 这既暴露出 HMM 作为增亮平台的现实局限, 也暴露出 PF 本身作为品质因数的缺陷。本文借助有效介质理论 (EMT)、传输矩阵计算与全波时域有限差分 (FDTD) 仿真, 系统评估了金属-介质 HMM (TiO_2/Ag 与相变材料 $\text{Sb}_2\text{S}_3/\text{Ag}$) 中的自发辐射增强与光子输出耦合。结果显示, PF 超过 100 的平面 HMM, 其外量子效率 (EQE) 不足 0.01, 真正可用的辐射 Purcell 因子 (PF_{rad}) 只有 1-2。把 HMM 纳米图形化为光子晶体 (PhC), 能够将受限的高 k 模式高效耦合至自由空间, 使 PF_{rad} 提升一个数量级。进一步引入相变材料 Sb_2S_3 , 双曲光谱窗口可动态调节, 发射亮度也能主动控制: 优化后的纳米图形化结构在近红外波段的 PF_{rad} 达 10-15, 相变驱动的开关对比度超过 15 倍。这些结果说明, 就量子发射器的工程化而言, 辐射 Purcell 因子比传统 Purcell 因子是更可靠的品质因数, 也为基于双曲超材料的主动可调谐亮单光子源提供了一条可行路径。

关键词: Purcell 因子, 双曲超材料, 相变材料, 亮态发射器

引言

固态单光子发射器 (SPE) 是可扩展光子量子信息处理不可或缺的基本构件[1], [2]。尽管已能确定性地产生单光子, 现有 SPE 仍面临发射速率偏低、退相干过快、外部调控手段有限等难题, 实用化因此受阻[3]。应对这些难题的通行策略, 是把 SPE 嵌入光子态密度 (PDOS) 较高的纳米结构光子环境, 以强化光与物质的相互作用[4], 从而获得更亮的单光子发射。

经人工设计的光学腔, 如等离激元纳米结构[5]、布拉格反射镜[6], [7], [8]、波导[9] 以及各种光子晶体结构[10], 都能增强光与物质的相互作用并带来 Purcell 增强。其中, 双曲超材料 (HMM) 尤其值得关注: 这是一类人工设计的单轴各向异性材料, 在相互垂直的方向上分别表现出金属性与介电性。等频面的开放拓扑决定了 HMM 拥有极高的 PDOS, 由此得到的 Purcell 因子 (PF) 也极为可观[11], [12]。

光子环境对自发辐射速率的增强, 传统上由 Purcell 因子 (F_p) 量度, 其定义为发射器在腔内的衰减速率 Γ 与真空中的衰减速率 Γ_0 之比: $F_p = \Gamma/\Gamma_0 = (\Gamma_{\text{rad}} + \Gamma_{\text{non-rad}})/\Gamma_0$ 。PF 虽被广泛采用, 它刻画的是包含辐射与非辐射两部分在内的总衰减速率, 而非实验中真正能够收集到的有用辐射。在等离激元与双曲结构中尤其如此: 被增强的衰减里有相当一部分流入非辐射通道, 例如欧姆损耗以及有耗的表面模与体等离激元模[13], [14]。因此, PF 很大并不必然对应更亮的发射器, 也不意味着光子提取的改善。这一区别对量子光子学应用格外重要, 因为器件性能最终取决于可用光子的数目, 而非总衰减速率。已有少数工作指出该品质因数并不充分[5], [15], 但至今仍然缺少一个统一而可靠的度量。

2012 年, Krishnamoorthy 等人首次预言 HMM 的极端各向异性可支撑大幅提升的自发辐射速率, 使这类材料成为增亮量子发射器颇具前景的平台[16]。该研究开辟出一条以增亮量子发射器为目标的新方向[17], [18]。研究者观测到的 PF 至少比同期可比的光子结构高一个数量级[19], [20]。然而, 无论理论预言还是实测的 Purcell 因子都很可观, 实验上发射器效率的提升却始终有限[20], 通常不足 10 倍; HMM 中预言的 Purcell 增强究竟能否真正提取为可用光子, 至今没有答案。高 Purcell 增强前景虽好, 这类超材料是否胜任增亮平台仍无定论, PF 作为品质因数的适用性同样存疑。何况量子网络与片上器件为了安全地处理量子信息, 本身就要求对发射速率进行主动调制[3], [21], [22], 而无源光子结构缺乏实时调控自发辐射所必需的动态可重构能力。

正是高 PF 的报道与实际光子学性能平平之间的这种反差促使本工作确立两个核心目标：其一，提出更可靠的品质因数，用于评价光子增亮平台的效率；其二，考察 HMM 在外部可调谐方面的潜力，为量子光子应用实现主动调制。围绕第一个目标，我们把相关品质因数重新定义为辐射 Purcell 因子 (PF_{rad})，并据此重新评估 HMM 平台，以纠正传统 Purcell 因子造成的歧义。具体做法是把有效介质理论、传输矩阵计算与全波时域有限差分仿真结合起来，在平面与纳米图形化两类 HMM 架构中系统比较传统 Purcell 增强与 PF_{rad} 。以研究较多的 TiO_2/Ag 金属-介质 HMM 堆叠为例，对堆叠进行光子晶体 (PhC) 图形化即可明显改善其输出耦合。我们还分析了发射器处于何种相对位置时 PF_{rad} 最高，结果表明发射器越贴近表面，HMM PhC 的输出耦合越强。优化后的 HMM PhC 的 PF_{rad} 超过 10，比未图形化的一维 HMM 所得的较低值 (约 1-2) 提升了一个数量级。

围绕第二个目标，我们考察在 HMM 设计中引入相变材料 Sb_2S_3 能否构成一个动态可重构平台，使双光谱窗口与发射亮度都能通过可逆相变主动调谐。对于置于优化后的 $\text{Sb}_2\text{S}_3/\text{Ag}$ HMM PhC 附近的发射器，我们预言其 PF_{rad} 在一个相中约为 10-15，在另一相中约为 1-8，对应到技术上极为重要的近红外波段，亮度开关对比度超过一个数量级 (大于 15)。综上，本工作既给出了评价自发辐射增强型光子结构的修正框架，也为高亮度 SPE 的可调谐平台指出了一条可行路径。

结果与讨论

金属与介质材料交替排列、沿法向周期性堆叠，即可实现 HMM[23]，具体构型如图 1(a) 所示。这样的层状结构在介电函数上引入了必要的各向异性，即面内分量 $\epsilon_{\parallel}$ 与面外分量 $\epsilon_{\perp}$ ：当 $\epsilon_{\parallel} > 0$ 而 $\epsilon_{\perp} < 0$ 时呈第一类双曲性， $\epsilon_{\parallel} < 0$ 而 $\epsilon_{\perp} > 0$ 时则呈第二类双曲性[14]。某段光谱究竟属于哪一种双曲类型，由金属占比 $f = \frac{t_m}{t_m + t_d}$ 决定，其中 t_m 、 t_d 分别为金属层与介质层的厚度。本工作利用有效介质理论 (EMT) 来判定 Ag 与 TiO_2 体系的等效介质区、金属区与双曲区[24]，结果绘于图 1(b)：从可见光直至近红外的宽阔光谱区间都呈第二类双曲性，而在金属占比约 0.5 的紫外区间另有一个第一类双曲区。 TiO_2/Ag 堆叠所提供的 PF 由解析格林函数形式结合传输矩阵方法算出[25]，其随金属占比与波长的变化绘于图中。计算假定一个水平偏振的偶极子量子发射器位于 HMM 表面之上 5 nm 处，且分析只限于水平偏振偶极子：与承担双曲色散的面内高 k 模式耦合得最有效的正是这类偶极子[26]，它们在金属层附近也较不易遭到非辐射猝灭。实际使用的量子点或色心等发射器，其跃迁偶极矩取向往往任意甚至随机，因此针对给定发射器系统，此处报告的 PF 更像一个上限。另外，为把发射器猝灭压到最低，堆叠的最外层始终取介质材料。

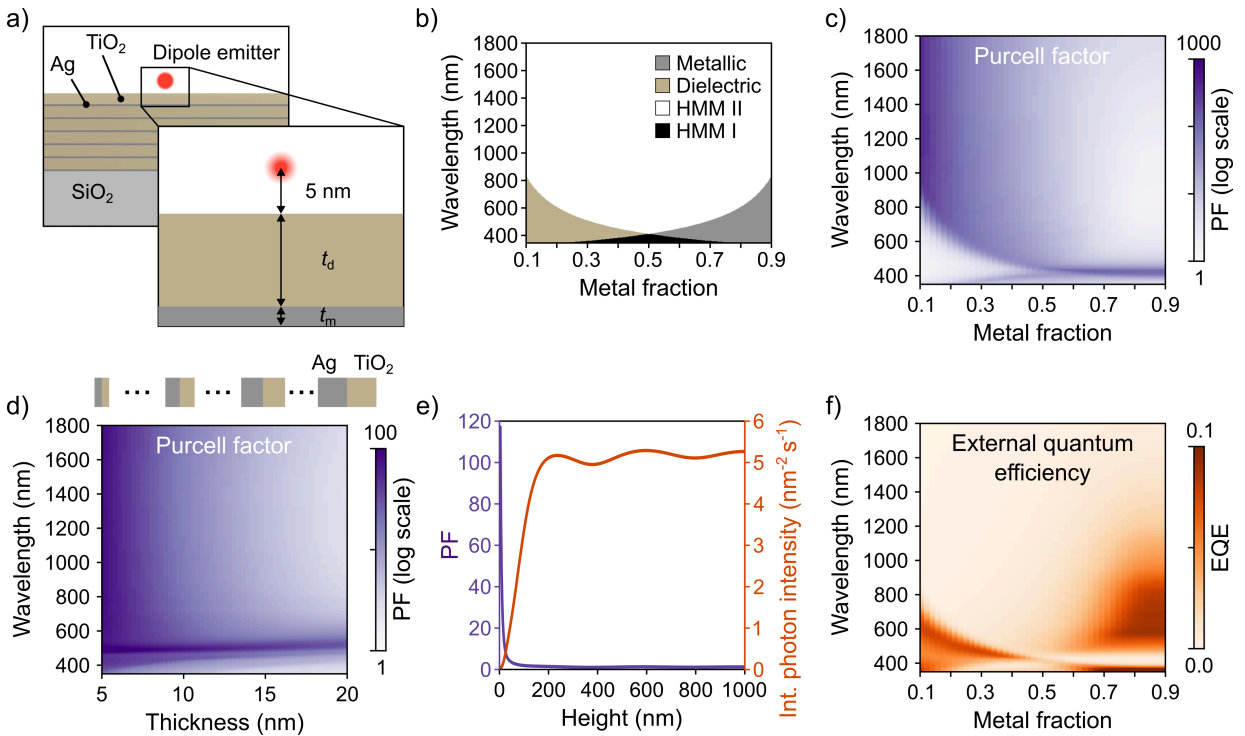


图 1 (a) 仿真构型示意：一个水平偶极子发射器置于 TiO_2/Ag 堆叠上方 5 nm 处，该堆叠由 6 对交替层组成，生长在 SiO_2 衬底之上。(b) 有效介质理论所预测的介质行为、金属行为与双曲行为（第一类与第二类）各自对应的光谱窗口。(c) HMM 堆叠的 Purcell 因子随金属占比与波长的分布图，介质层厚度 (t_d) 固定为 10 nm。(d) 金属占比恒为 $f = 0.5$ 时，Purcell 因子随金属层厚度的变化。(e) 对应于 $f = 0.2$ 、波长 800 nm 的 TiO_2/Ag 堆叠中，上半球积分的光子强度与 Purcell 因子随发射器到表面距离的变化。(f) 外量子效率随金属占比与波长的分布。

从图 1(b) 可以辨认出, 第二类双曲区间的 PF 超过 100, 且金属占比越低数值越大 (图 1(c))。

PF 的增强在单胞厚度最小时达到最大, 因为此时允许的 k 矢量截止值得以抬高[12]; 图 1(d) 画出 $f = 0.5$ 下 PF 随单层厚度的变化, 印证了这一效应。

高 PF 固然暗示双曲区很适合提升自发辐射速率, 但要确认它能否充当光子增亮平台, 还得考察光子的输出耦合。外量子效率 (EQE) 是众人熟知的品质因数, 量度辐射发射所占的份额, 定义为辐射总功率 (P_r) 与发射总功率 (辐射功率与非辐射功率之和 $P_r + P_{nr}$) 之比。为估计实验上真正可收集到的辐射输出, 计算 EQE 时只对上半球内的 P_r 积分, 从而把朝衬底传播的模式排除在外, 即 $EQE = \frac{P_r^U}{P_r + P_{nr}}$, 其中上标 U 表示上半球。

图 1(f) 给出 TiO_2/Ag 堆叠的 EQE 随金属占比与波长的计算结果: 双曲区的数值很低 (低于 0.01), 等效金属区反倒略高 (大于 0.07), 与引言中强调的实验结果相符。如此低的 EQE, 正是金属 (或介质) 反射镜近旁光子输出耦合被猝灭的经典表现[27]。为进一步看清这一效应, 图 1(e) 把上半球积分的光子强度 (即背离堆叠的那一侧) 与 Purcell 因子一道, 画成偶极子发射器到 HMM 表面距离的函数。小间距下光子输出耦合受抑制、超过约 100 nm 后又恢复, 这一点清晰可见; 只是在同样的大距离处, Purcell 因子也已跌至极低。换言之, 在优化的发射器-表面间距上光子提取确实改善了, 双曲模式的影响却微乎其微, 可见此时观测到的发射增强里双曲性的贡献相当有限。

图 1(c) 与图 1(f) 的对比明白显示, 双曲性对应着更低的光子收集效率。偶极子与超表面相距仅 5 nm, 这一间距本身就影响光子输出耦合, 因为金属中的非辐射损耗与欧姆损耗会将其猝灭[27], [28]。实际上, 从等效双曲区收集到的光子还弱于金属区, 说明存在极强的非辐射损耗通道, 而正是它们支撑起了很高的 PF。早先已有若干研究指出过这一问题[28], [29]。PF 与 EQE 两相对照的结论是: 任一单独的量都不足以刻画增强发射平台的性能。PF 量的是总衰减增强, EQE 却完全不计自发辐射速率的提高。基于这一观察, 下文引入辐射 Purcell 因子 (PF_{rad}) 作为建议采用的度量, 它把两种效应合成为一个具有实验意义的指标。

PF_{rad} 定义为发射器在光学介质中的辐射功率与其在真空中的辐射功率之比[30]。传统 PF 同时计入辐射与非辐射衰减通道, PF_{rad} 则只量度进入原则上可被收集的辐射模式的那部分功率。说到底, PF_{rad} 直接反映发射器所经历的亮度增强, 因此是评价光子增亮平台更有意义的品质因数。这一量值扣除了经吸收及其他非辐射过程耗散的能量, 自发辐射增强与光子输出耦合两方面的效应于是被自然地合入同一个具有实验意义的量中。

为估计 PF_{rad} , 对上述各类平台逐一进行了 FDTD 仿真 (更多细节见方法部分), 结果汇总于表 1, 其中比较了不同衬底、反射镜、HMM 堆叠以及不同偶极子-表面间距组合下的 PF、EQE 与 PF_{rad} 。这些数据证实: 裸介质衬底只能带来很弱的增亮, 金属反射镜的数值更大, 前提是发射器别太靠近表面。也就是说, PF 与 EQE 都要足够显著, 增亮才真正成立 ($PF_{rad} > 1$)。 TiO_2/Ag HMM 的 PF 比 Ag 反射镜高出约一个数量级, 二者的 PF_{rad} 却不相上下, 为 HMM 付出更高的制备复杂度因此并不划算。为保证 HMM 的光子输出耦合足够高效、进而提高其 EQE, 我们转向在 HMM 堆叠上刻蚀纳米孔。把 HMM 雕琢成光子晶体, 可望打破面内平移对称性, 让原本被困在 HMM 内部的高 k 波耦合出去, 从而使 PF_{rad} 超越现有技术水平。

表 1 不同亮度增强指标的对照

光子平台	发射器-表面距离 (nm)	波长范围 (nm)	PF	EQE (%)	PF_{rad}
Ag 镜	5	400–1600	20–300	0.1–0.9	0.02–0.7
Ag 镜	150	400–1600	0.4–1	> 90	1–4
SiO_2 衬底	5	400–1600	约 1.3	约 21	约 0.7
SiO_2 衬底	150	400–1600	约 1.0	30–60	0.9–1.5
TiO_2/Ag 一维 HMM ($f = 0.2$)	5	500–1800	1.5–200	< 10	1–2
TiO_2/Ag 一维 HMM ($f = 0.2$)	150	500–1800	0.35–1.5	20–75	0.7–3.3

图 2(a) 示出了本工作研究的 HMM PhC 示意, 其上方 5 nm 处放有一个水平偶极子。针对一系列周期固定为 $a = 0.3 \mu m$ 、纳米孔半径 r 各不相同的 HMM PhC, 计算了 PF_{rad} 随波长的变化 (图 2(c))。与未图形化的 HMM 相比 (参见图 2(b)), 不仅 PF_{rad} 显著增大, 增强所覆盖的光谱区间也随之展宽。此外, 在红外波段, HMM PhC 依然胜过裸 Ag 镜——诚然, 只要把偶极子放到距表面 150 nm 处以避开强烈的非辐射发射猝灭, Ag 镜本身也不失为一个颇具前景的增亮平台。更何况 5 nm 的偶极子高度在制备上现实得多: 无论量子点的直接涂覆, 还是把二维半导体直接贴到 HMM 表面, 都能达到这一间距。

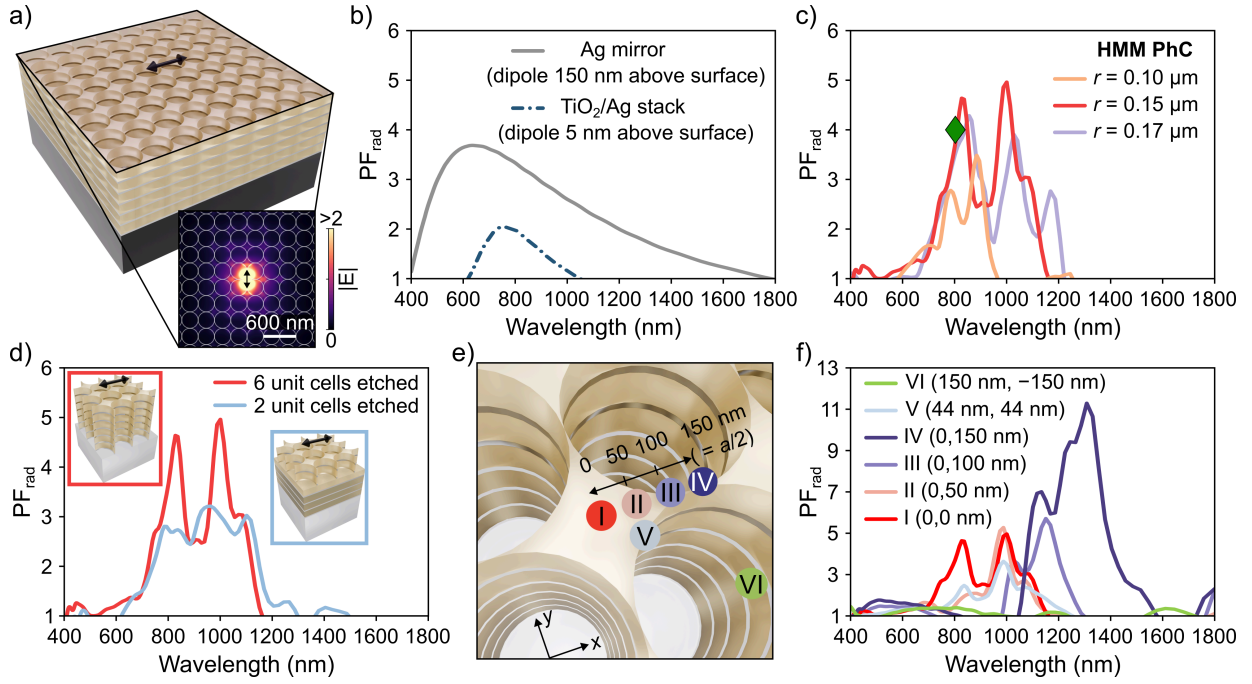


图2 三维结构化 HMM 中的光子发射效率与收集增强。(a) 基于刻蚀 HMM 的三维光子晶体 (PhC) 示意。面内偏振的电偶极子发射器以黑色箭头表示。插图为波长 800 nm 处 HMM PhC 表面上的电场强度 $|E|$ ，对应周期 $a = 0.3 \mu\text{m}$ 、纳米孔直径 $0.15 \mu\text{m}$ ；黑箭头标示偶极子的偏振方向，其在 (c) 中对应的光谱位置以绿色菱形标出。(b) 两套参考系统的 PF_{rad} ：置于 Ag 镜面上方 150 nm 处的水平偶极子，与置于 TiO_2/Ag HMM 堆叠上方 5 nm 处的同一偶极子。(c) 周期同为 $a = 0.3 \mu\text{m}$ 、纳米孔直径不同（偶极子位于表面上方 5 nm）的多种 HMM PhC 的辐射 Purcell 因子对比。(d) 仅刻蚀两对 HMM 层的结构化 PhC 与六对全部刻蚀的 PhC 的辐射 Purcell 因子对比。(e) 六个面内偶极子位置相对 PhC 单胞的示意，以罗马数字与相应颜色标注。(f) 偶极子位于 (e) 中各处时的 PF_{rad} 对比。

若要解释 PhC 对 HMM 的作用，得先注意到：所有 HMM 的高 k 模式都位于光锥线之外，它们虽主导着被大幅增强的光子态密度、造就了可观的 PF，却无法耦合到自由传播的辐射，最终尽数折损于吸收。引入周期为 a 的纳米孔阵列后，结构多出一个倒格矢 $G = 2\pi/a$ ，恰好补上缺失的面内动量，把被困住的高 k 模式折回光锥之内，其原理与衍射光栅类似：

$$k_{\text{HMM}} - G = k_0 \sin \theta \quad (1)$$

其中 θ 是输出耦合光子相对表面法线的发射角， G 前可取适当的整数倍。一旦被折回光锥之内，这些模式便能辐射进自由空间，原则上也就可被收集。这套动量匹配机制，正好解释了 HMM 经图形化后观察到的 PF_{rad} 增强。

图 2(c) 展示了 PF_{rad} 对纳米孔半径等结构参数的依赖：增强最强、 PF_{rad} 最高（约 4–5）的情形出现在 $r = a/2$ 处。 PF_{rad} 谱上尖峰的出现，源于底层 PhC 能带结构所引起的光子态密度奇点[31]。结构化 HMM 平台上这些并不算大的 PF_{rad} 数值，与 Lu 等人的开创性实验工作相吻合[32]。以上考虑的 HMM PhC 都把光栅刻蚀到了完整的十二层堆叠（六对交替层）上，但这同时意味着发射器正下方的 HMM 体积被有效削去。为考察损失的这部分体积对 PF_{rad} 究竟是有利还是有害，把仅刻蚀两对交替层的 HMM PhC 与 a 、 r 相同的完整刻蚀版本作了对比。

正如图 2(d) 所证实的，浅刻蚀 PhC 的 PF_{rad} 更低，表明承担双曲增强的高 k 模式分布在整个多层堆叠的深度之中。浅刻蚀只扰动近表面区域，一部分被困模式感受不到光栅的存在，也就无从输出耦合；全深度图形化则让光栅得以与横跨整个堆叠的更多高 k 模式相互作用，把输出耦合效率推向最大。这凸显出光栅结构全高度刻蚀的重要性。

$r = a/2$ 时 HMM PhC 上方电场增强的空间分布，绘于图 2(a) 的插图中。增强集中于若干特定位置、而非均匀铺满整个单胞，这说明 PF_{rad} 的增益来自局域的、经光栅耦合的模式，而非均匀的非局域响应。把发射器置于强场局域之处，可将其近场高效耦合到输出耦合的高 k 模式上；远离这些区域，则基本绕开光栅介导的输出耦合通道。为考察这种位置依赖，在六个代表性的面内位置上评估了 PF_{rad} ，这些位置覆盖了偶极子相对刻蚀 HMM 光栅单胞的所有重要位点（图 2(e)），相应的 PF_{rad} 谱画在图 2(f) 中。居中的放置（位置 I 与位置 II）所得谱形彼此相近。有趣的是，把发射器移到强局域区上方（如位置 III 与位置 IV），能在更长的波长处获得更高的 PF_{rad} ，而这些波长仍处于预期的双曲区间之内。更高的 PF_{rad} 源于光在 PhC 周围的极端局域，其模式体积极小[33], [34]。随着偶极子位置从位置 II 移向位置 III 和 IV，高 PF_{rad} 区间逐

步红移。不同位置取用的动量各不相同：这一光谱红移因而必然与底层能带结构所决定的允许光学模式的色散，以及 HMM 中的极化激元色散有关。Sekhar 等人此前已表明，对金属占比 0.25 的 TiO_2/Ag HMM，随着 k 矢量增大，多种极化激元模式会在近红外较长的波长处相继出现[11]。

当然，在实际器件中把发射器精确放到 PF_{rad} 最高的区域恐非易事。尽管如此，这套系统的位置扫描仍为能够实施此类定位的场合提供了清晰的设计指引，用以优化发射器的摆放。

双曲性的可调谐

亮度若能由外部调控，单光子发射器平台才称得上适合量子技术的实际应用。为把辐射 Purcell 效应置于外部控制之下，这里引入相变材料（PCM）作为 HMM 的组元。三硫化二锑（ Sb_2S_3 ）受热（约 543 K）后会由非晶相转变为晶相，这一相变早已为人所知[35], [36]。相变不仅使带隙由约 2.1 eV 收窄至约 1.7 eV，还让材料在可见光与近红外波段的介电常数发生显著变化[37]。这类材料中光致可逆的相变[38]正可用来构筑可调谐 HMM 器件[39], [40]。Chamoli 等人曾提出以 $\text{Sb}_2\text{S}_3/\text{TiN}$ 充当相变 HMM 的候选平台。不过其理论研究只涉及相变前后折射率与 Purcell 因子的变化，实验上真正关心的那些量值因此无从得出[41]。

为考察这种材料能否用于可调谐 HMM PhC，先考虑由 Sb_2S_3 层与 Ag 层构成的 HMM 堆叠。图 3(a) 与图 3(b) 给出了该 PCM 分别处于非晶相和晶相时面内、面外有效介电常数的实部：把材料切换到晶相之后，红外波段的双曲区明显红移。继而以 FDTD 计算得到堆叠的 PF_{rad} ，画在图 3(c) 中，金属占比取 0.2 与 0.5 两档、材料则分处两相。 Sb_2S_3 的相变不仅能控制 PF_{rad} 的高低，双曲增强所在的光谱区间也能借 f 大范围调谐。遗憾的是，缺少额外的输出耦合增强时，观察到的 PF_{rad} 一直偏低（低于 2）。

因此把优化后的刻蚀 PhC 结构引入 HMM 堆叠，并在图 3(d) 画出相应的 PF_{rad} 谱。在相应的双曲区间内， PF_{rad} 的增强确实随之可调： $f = 0.2$ 覆盖可见光的绝大部分， $f = 0.5$ 则覆盖近红外的绝大部分。图 3(e) 与图 3(f) 把这种可调谐性直观地呈现出来，两图所画的是两相切换时 PF_{rad} 的相对变化。借助这类基于相变材料的双曲超材料，发射亮度可获得两到五倍的变化。

于是在图 4(a) 与图 4(b) 中，分别评估了 PF_{rad} 谱随发射器高度的变化，前者对应裸 HMM 堆叠表面、后者对应 HMM PhC 表面。就未图形化的 $\text{Sb}_2\text{S}_3/\text{Ag}$ 堆叠（ $f = 0.2$ ）而言，高度在 5–100 nm 之间变动时， PF_{rad} 谱几乎保持不变。

要理解这一现象，得同时检视 PF 与光子输出耦合。发射器越贴近 HMM 表面，PF 越大，并随距离增加单调减小（前文图 1(e) 已有展示）。非辐射衰减率却是另一番情形——Drexhage 及其合作者最早证实，它在界面处最强，发射器一旦远离表面便迅速衰减（图 1(e)），随后才呈现出为人熟知的振荡行为，其成因是发射器与其镜像偶极之间的干涉[27]。两股方向相反的趋势彼此制衡，结果便是在整个双曲光谱窗口内 PF_{rad} 几乎与距离无关。

这些结果表明，平面 HMM 堆叠在双曲区取得的适度增亮（通常为 1–2 倍，见图 2(c)），在发射器–表面间距 5–100 nm 的范围内基本不受间距影响。而在 800–950 nm 这一更窄的光谱窗口内，间距从 1 nm 放宽到 100 nm， PF_{rad} 仍几乎恒定。由此不难预期，物理尺寸各异的发射器都能获得相近的辐射增强，直径不一的量子点与原子级薄的二维材料发射器皆是如此。

随后对纳米结构化 HMM PhC 做了同样的 PF_{rad} 分析，此时发射器置于图 2(e) 中的位置 I。这一面内位置的选取着眼于实验上的可实现性：把发射器放到结构中部附近，远比精确落在边界位置容易做到。

图 4(b) 中随高度变化的 PF_{rad} 谱证实，图形化 HMM PhC 的增亮效果明显更强，与预期一致；发射器越靠近表面，这一优势越为突出。

与平面构型相比，纳米图形化显著压低了非辐射衰减通道，使双曲模式在 900–1200 nm 光谱区间内主导自发辐射速率的增强。由此可知，能够紧贴纳米结构化表面放置的二维发射器尤其适合与 HMM PhC 平台集成，从而高效提升其发射亮度。

前述关于发射器相对 HMM PhC 的面内与面外位置依赖的分析，共同指向一种优化的器件构型。图 5 给出的是一副 $\text{Sb}_2\text{S}_3/\text{Ag}$ HMM（ $f = 0.2$ ）光子晶体的性能，其孔半径为 $r = a/2 = 0.15 \mu\text{m}$ ；为获得最大的辐射输出耦合，发射器被置于表面上方 1 nm 处，并落在相邻两个图形化孔之间的边界上（图 2(e) 中的位置 IV）。在非晶相下，这一优化构型在具有工艺价值的近红外光谱范围内展现出约 10–15 的优异 PF_{rad} 。发生相变后，由于 Sb_2S_3 带隙红移，双曲光谱窗口随之向长波方向移动， PF_{rad} 谱因而也发生红移，使得在 1230 nm 附近的红外波长处开关对比度超过 15 倍（图 5(a)）。非晶相与晶相在 1230 nm 处对应的近场电场幅度（ $|E|$ ）分布分别示于图 5(b) 与图 5(c)，二者呈现出两种材料相位各自不同的模式轮廓。

结论

总之，本工作考察了量子发射器在平面与纳米结构化双曲超材料存在时的发射特性，并证明仅凭传统 Purcell 因子不足以评价其作为光子增亮平台的性能。能够实现 > 100 PF 的传统光子结构，其 EQE 往往只有 < 0.01 。为消除这种因品质因数分歧而生的含糊，引入 PF_{rad} 作为一种直接刻画量子发射器增强程度

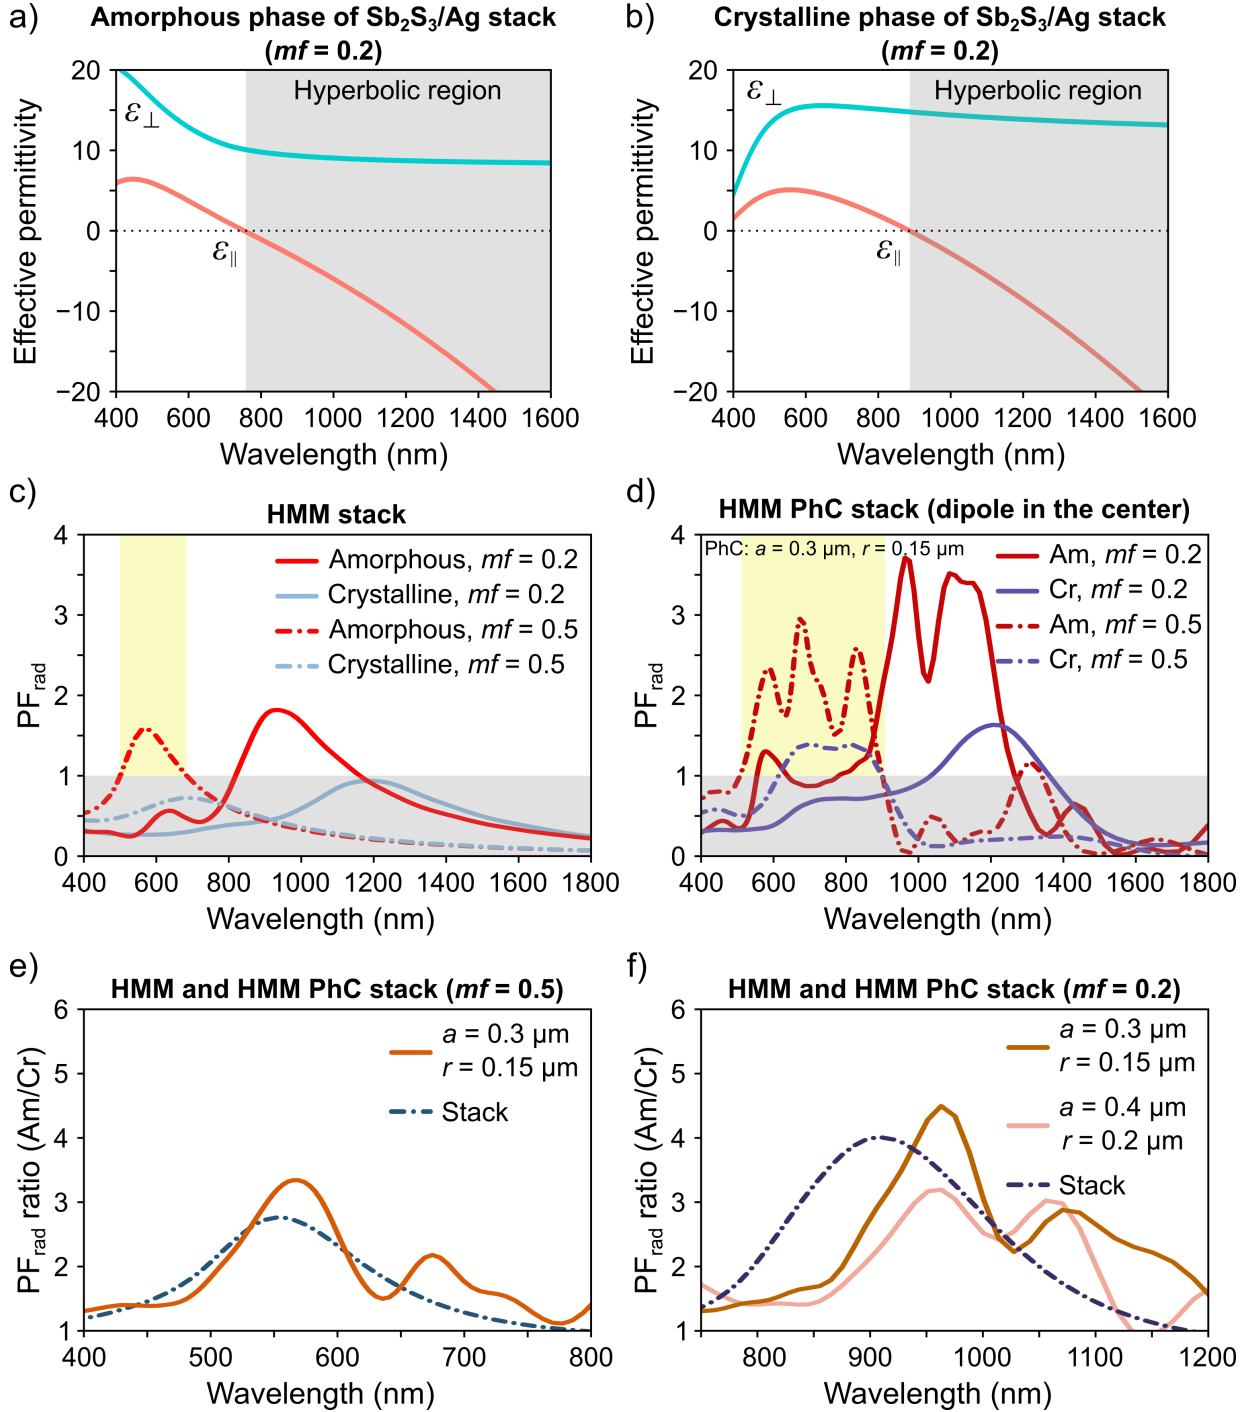


图3 HMM对发射增强的可调谐性。(a)、(b)分别为 $\text{Sb}_2\text{S}_3/\text{Ag}$ 堆叠($f = 0.2$)在 Sb_2S_3 处于非晶相与晶相时的面内、面外有效介电常数,允许 $\text{PF}_{\text{rad}} > 1$ 的双曲区以黄色标出,便于参照。(c)金属占比取0.2与0.5两档、分别对应 Sb_2S_3 两相时该堆叠的 PF_{rad} 。(d)纳米图形化HMM PhC的辐射Purcell因子,孔周期 $0.30 \mu\text{m}$ 、孔半径 $0.15 \mu\text{m}$ 。(e)、(f)金属占比分别为0.5与0.2时,HMM堆叠与HMM PhC在非晶相与晶相之间 PF_{rad} 的比值。

的实用品质因数。与传统PF可能被非辐射衰变主导不同, PF_{rad} 直接反映实验上可观测的亮度增强,因而为评估量子光子平台提供了更为恰当的度量。尽管金属-介质HMM支持极大的光子态密度与PF,被增强的衰变却大部分经由非辐射通道发生,导致光子输出耦合效率低下。而把纳米图形化以HMM PhC架构的形式引入后,高 k 双曲模式得以高效提取,辐射发射随之显著改善。一维HMM的 PF_{rad} 只有1-2倍,而图形化HMM光子晶体把它提升了一个量级,达到10-15倍。进一步的结果表明,整合相变材料 Sb_2S_3 能够主动调控双曲色散,并对发射光谱与亮度进行可逆调谐。在同时优化发射器位置与纳米结构几何之后,可获得约10-15倍的 PF_{rad} ,并在近红外光谱范围内实现超过15倍的开关对比度。这些发现凸显了同时对光学局域态密度与光子输出耦合通道加以协同设计的重要性,也确立了相变HMM光子晶体作为可调谐发射增亮与可重构纳米光子器件之有前景平台的地位。

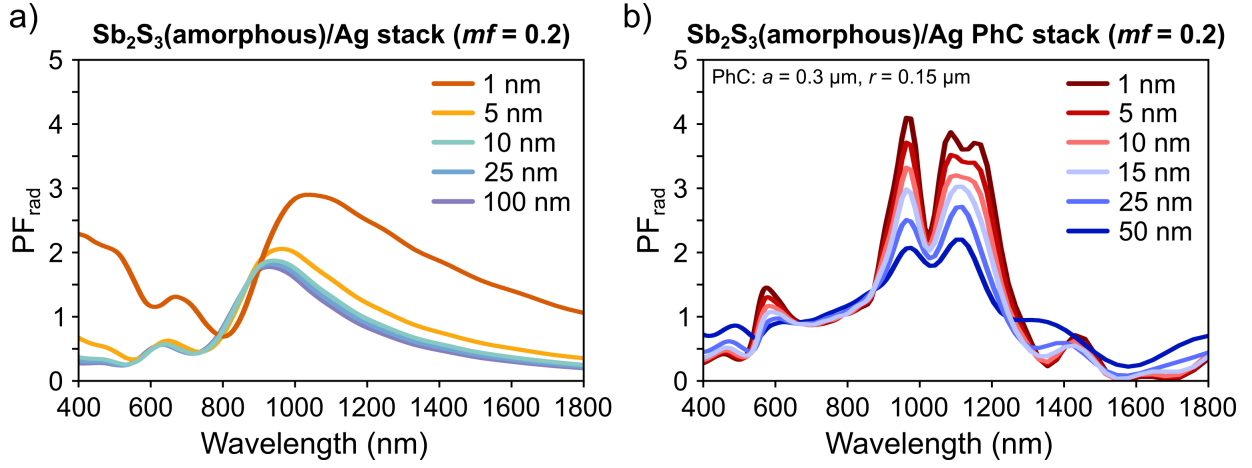


图4 偶极子高度变化对未图形化与图形化 HMM 堆叠的影响。(a) 金属占比为 0.2 的 $\text{Sb}_2\text{S}_3/\text{Ag}$ HMM 堆叠, (b) 刻蚀纳米孔周期 $0.30\ \mu\text{m}$ 、孔半径 $0.15\ \mu\text{m}$ 的 $\text{Sb}_2\text{S}_3/\text{Ag}$ HMM PhC 光栅: 偶极子发射器置于表面上方不同高度时 PF_{rad} 的变化。

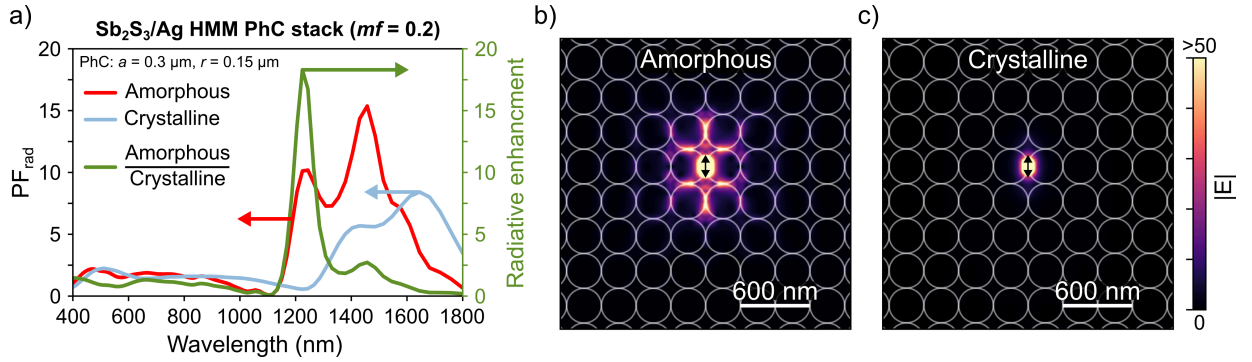


图5 优化且可调谐的单光子发射构型。(a) 左轴: $\text{Sb}_2\text{S}_3/\text{Ag}$ HMM PhC ($r = a/2 = 0.15\ \mu\text{m}$) 的 PF_{rad} , 右轴: 所得的 PF_{rad} 之比。(b) 非晶相、(c) 晶相在 $1230\ \text{nm}$ 处对应的模拟电场幅度 ($|E|$)。

致谢

感谢 2024–2026 年度捷克—巴伐利亚联合研究计划项目通过 BTHA-JC-2024-49 (巴伐利亚—捷克学术机构 BTHA) 与 LUABA24069 (捷克共和国教育、青年与体育部) 提供的研究资助, 同时感谢慕尼黑路德维希—马克西米利安大学 (LMU) 纳米科学中心 (CeNS) 的支持。

方法

Purcell 因子计算: Purcell 因子 (F_p) 定义为发射器在目标光学环境中所发射的总功率 (Γ) 与真空中所发射的总功率 (Γ_0) 之比。相关计算借助 Ansys Lumerical Stack 完成, 并采用传输矩阵方法对 Purcell 因子作解析估计:

$$F_p = \frac{\Gamma}{\Gamma_0} = \frac{\Gamma_{\text{rad}} + \Gamma_{\text{non-rad}}}{\Gamma_0} \quad (2)$$

辐射 Purcell 因子: 利用 Lumerical 的电磁 FDTD 模拟来估计辐射 Purcell 因子, 其定义为

$$\text{PF}_{\text{rad}} = \frac{\int_A E^2 dA}{\int_A E_0^2 dA}$$

其中 E_0 为真空中的电场, $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2}$ 为存在光学介质时的电场。经收敛性测试后, 仿真区域 (A) 选定为 $6\ \mu\text{m} \times 6\ \mu\text{m}$ 。置于表面上方 $2.5\ \mu\text{m}$ 处的 $6\ \mu\text{m} \times 6\ \mu\text{m}$ 收集平面所张的立体角, 等效于数值孔径 (NA) ≈ 0.8 的收集锥, 与单光子收集装置中常用的高 NA 物镜相当, 这使所计算的 PF_{rad} 具有直接的实验意义。所有边界均设置完全匹配层 (PML) 边界条件, 收集平面则放置在远离 PML 伪影之处。

利益冲突声明

作者声明不存在竞争性经济利益。

数据可用性声明

支持本研究结论的数据, 包括用于生成图表的仿真结果与分析脚本, 均可向通讯作者合理索取。

参考文献

- [1] J. L. O'Brien, "Optical Quantum Computing," *Science*, vol. 318, no. 5855, pp. 1567–1570, 2007, [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:15701944>
- [2] S. Gupta, W. Wu, S. Huang, and B. I. Yakobson, "Single-Photon Emission from Two-Dimensional Materials, to a Brighter Future," *The Journal of Physical Chemistry Letters*, vol. 14, no. 13, pp. 3274–3284, 2023, doi: 10.1021/acs.jpclett.2c03674.
- [3] B. Lounis and M. Orrit, "Single-photon sources," *Reports on Progress in Physics*, vol. 68, no. 5, p. 1129, 2005, doi: 10.1088/0034-4885/68/5/R04.
- [4] Y. Kan and S. I. Bozhevolnyi, "Advances in Metaphotonics Empowered Single Photon Emission," *Advanced Optical Materials*, vol. 11, no. 2202759, 2023, doi: 10.1002/adom.202202759.
- [5] G. M. Akselrod *et al.*, "Probing the mechanisms of large Purcell enhancement in plasmonic nanoantennas," *Nature Photonics*, vol. 8, no. 11, pp. 835–840, 2014, doi: 10.1038/nphoton.2014.228.
- [6] L. Rickert *et al.*, "High Purcell Enhancement in Quantum-Dot Hybrid Circular Bragg Grating Cavities for GHz Clock Rate Generation of Indistinguishable Photons," *ACS Photonics*, vol. 12, no. 1, pp. 464–475, 2025, doi: 10.1021/acsp Photonics.4c01873.
- [7] N. Somaschi *et al.*, "Near-optimal single-photon sources in the solid state," *Nature Photonics*, vol. 10, no. 5, pp. 340–345, 2016, doi: 10.1038/nphoton.2016.23.
- [8] H. Wang *et al.*, "On-Demand Semiconductor Source of Entangled Photons Which Simultaneously Has High Fidelity, Efficiency, and Indistinguishability," *Phys. Rev. Lett.*, vol. 122, no. 113602, 2019, doi: 10.1103/PhysRevLett.122.113602.
- [9] N. A. Gsken *et al.*, "Emission enhancement of erbium in a reverse nanofocusing waveguide," *Nature Communications*, vol. 14, no. 1, p. 2719, 2023, doi: 10.1038/s41467-023-38262-6.
- [10] M. Arcari *et al.*, "Near-Unity Coupling Efficiency of a Quantum Emitter to a Photonic Crystal Waveguide," *Phys. Rev. Lett.*, vol. 113, no. 093603, 2014, doi: 10.1103/PhysRevLett.113.093603.
- [11] P. Shekhar, J. Atkinson, and Z. Jacob, "Hyperbolic metamaterials: fundamentals and applications," *Nano Convergence*, vol. 1, no. 1, p. 14, 2014, doi: 10.1186/s40580-014-0014-6.
- [12] A. Poddubny, I. Iorsh, P. Belov, and Y. Kivshar, "Hyperbolic metamaterials," *Nature Photonics*, vol. 7, no. 12, pp. 948–957, 2013, doi: 10.1038/nphoton.2013.243.
- [13] W. L. Barnes, "Fluorescence near interfaces: The role of photonic mode density," *Journal of Modern Optics*, vol. 45, no. 4, pp. 661–699, 1998, doi: 10.1080/09500349808230614.
- [14] T. Li and J. B. Khurgin, "Hyperbolic metamaterials: beyond the effective medium theory," *Optica*, vol. 3, no. 12, pp. 1388–1396, 2016, doi: 10.1364/OPTICA.3.001388.
- [15] A. F. Koenderink, "On the use of Purcell factors for plasmon antennas," *Opt. Lett.*, vol. 35, no. 24, pp. 4208–4210, 2010, doi: 10.1364/OL.35.004208.
- [16] H. N. S. Krishnamoorthy, Z. Jacob, E. Narimanov, I. Kretzschmar, and V. M. Menon, "Topological Transitions in Metamaterials," *Science*, vol. 336, no. 6078, pp. 205–209, 2012, doi: 10.1126/science.1219171.
- [17] D. J. Roth *et al.*, "Spontaneous Emission inside a Hyperbolic Metamaterial Waveguide," *ACS Photonics*, vol. 4, no. 10, pp. 2513–2521, 2017, doi: 10.1021/acsp Photonics.7b00767.
- [18] S. R. K. C. Indukuri, C. Frydendahl, J. Bar-David, N. Mazurski, and U. Levy, "WS2 Monolayers Coupled to Hyperbolic Metamaterial Nanoantennas: Broad Implications for Light–Matter–Interaction Applications," *ACS Applied Nano Materials*, vol. 3, no. 10, pp. 10226–10233, 2020, doi: 10.1021/acsanm.0c02186.
- [19] A. P. Slobozhanyuk *et al.*, "Purcell effect in hyperbolic metamaterial resonators," *Phys. Rev. B*, vol. 92, no. 195127, 2015, doi: 10.1103/PhysRevB.92.195127.
- [20] L. Y. Beliaev, O. Takayama, P. N. Melentiev, and A. V. Lavrinenko, "Photoluminescence control by hyperbolic metamaterials and metasurfaces: a review," *Opto-Electronic Advances*, vol. 4, no. 8, p. 210031–1–210031–27, 2021, doi: 10.29026/oea.2021.210031.
- [21] W. Luo *et al.*, "Recent progress in quantum photonic chips for quantum communication and internet," *Light: Science & Applications*, vol. 12, no. 1, p. 175, 2023, doi: 10.1038/s41377-023-01173-8.
- [22] S. Kapoor *et al.*, "Electro-optic frequency shift of single photons from a quantum dot," *Nanophotonics*, vol. 14, no. 11, pp. 1775–1782, 2025, doi: 10.1515/nanoph-2024-0550.
- [23] D. Lee *et al.*, "Hyperbolic metamaterials: fusing artificial structures to natural 2D materials," *eLight*, vol. 2, no. 1, p. 1, 2022, doi: 10.1186/s43593-021-00008-6.

- [24] V. A. Markel, “Introduction to the Maxwell Garnett approximation: tutorial,” *J. Opt. Soc. Am. A*, vol. 33, no. 7, pp. 1244–1256, 2016, doi: 10.1364/JOSAA.33.001244.
- [25] L. Novotny and B. Hecht, *Principles of Nano-Optics*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- [26] H. P. Adl *et al.*, “Purcell Enhancement and Wavelength Shift of Emitted Light by CsPbI₃ Perovskite Nanocrystals Coupled to Hyperbolic Metamaterials,” *ACS Photonics*, vol. 7, no. 11, pp. 3152–3160, 2020, doi: 10.1021/acsp Photonics.0c01219.
- [27] K. H. Drexhage, “IV Interaction of Light with Monomolecular Dye Layers,” in *Progress in Optics*, vol. 12, E. Wolf, Ed., Elsevier, 1974, pp. 163–232. doi: 10.1016/S0079-6638(08)70266-X.
- [28] S. Axelrod, M. K. Dezfouli, H. M. K. Wong, A. S. Helmy, and S. Hughes, “Hyperbolic metamaterial nanoresonators make poor single-photon sources,” *Phys. Rev. B*, vol. 95, no. 155424, 2017, doi: 10.1103/PhysRevB.95.155424.
- [29] A. Kala, F. A. Inam, S.-A. Biehs, P. Vaity, and V. G. Achanta, “Hyperbolic Metamaterial with Quantum Dots for Enhanced Emission and Collection Efficiencies,” *Advanced Optical Materials*, vol. 8, no. 2000368, 2020, doi: 10.1002/adom.202000368.
- [30] A. E. Krasnok *et al.*, “An antenna model for the Purcell effect,” *Scientific Reports*, vol. 5, no. 1, p. 12956, 2015, doi: 10.1038/srep12956.
- [31] J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn, and R. D. Meade, *Photonic Crystals: Molding the Flow of Light*, 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011.
- [32] D. Lu, J. J. Kan, E. E. Fullerton, and Z. Liu, “Enhancing spontaneous emission rates of molecules using nanopatterned multilayer hyperbolic metamaterials,” *Nature Nanotechnology*, vol. 9, no. 1, pp. 48–53, 2014, doi: 10.1038/nnano.2013.276.
- [33] S. Hu and S. M. Weiss, “Design of Photonic Crystal Cavities for Extreme Light Concentration,” *ACS Photonics*, vol. 3, no. 9, pp. 1647–1653, 2016, doi: 10.1021/acsp Photonics.6b00219.
- [34] M. Albrechtsen *et al.*, “Nanometer-scale photon confinement in topology-optimized dielectric cavities,” *Nature Communications*, vol. 13, no. 1, p. 6281, 2022, doi: 10.1038/s41467-022-33874-w.
- [35] Y. Gutiérrez *et al.*, “Interlaboratory study on Sb₂S₃ interplay between structure, dielectric function, and amorphous-to-crystalline phase change for photonics,” *iScience*, vol. 25, no. 104377, 2022, doi: 10.1016/j.isci.2022.104377.
- [36] P. Kepič, P. Liška, B. Idesová, O. Caha, F. Ligmajer, and T. Šikola, “Pulsed laser deposition of Sb₂S₃ films for phase-change tunable nanophotonics,” *New Journal of Physics*, vol. 26, no. 013005, 2024, doi: 10.1088/1367-2630/ad1696.
- [37] W. Dong *et al.*, “Wide Bandgap Phase Change Material Tuned Visible Photonics,” *Advanced Functional Materials*, vol. 29, no. 1806181, 2019, doi: 10.1002/adfm.201806181.
- [38] M. Delaney, I. Zeimpekis, D. Lawson, D. W. Hewak, and O. L. Muskens, “A New Family of Ultralow Loss Reversible Phase-Change Materials for Photonic Integrated Circuits: Sb₂S₃ and Sb₂Se₃,” *Advanced Functional Materials*, vol. 30, no. 2002447, 2020, doi: 10.1002/adfm.202002447.
- [39] H. N. S. Krishnamoorthy, B. Gholipour, N. I. Zheludev, and C. Soci, “A Non-Volatile Chalcogenide Switchable Hyperbolic Metamaterial,” *Advanced Optical Materials*, vol. 6, no. 1800332, 2018, doi: 10.1002/adom.201800332.
- [40] K. V. Sreekanth, P. Mahalakshmi, S. Han, M. S. Mani Rajan, P. K. Choudhury, and R. Singh, “Brewster Mode-Enhanced Sensing with Hyperbolic Metamaterial,” *Advanced Optical Materials*, vol. 7, no. 1900680, 2019, doi: 10.1002/adom.201900680.
- [41] S. K. Chamoli, M. ElKabbash, J. Zhang, and C. Guo, “Dynamic control of spontaneous emission rate using tunable hyperbolic metamaterials,” *Opt. Lett.*, vol. 45, no. 7, pp. 1671–1674, 2020, doi: 10.1364/OL.385844.