

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.




PLANTA
ESC 1:10

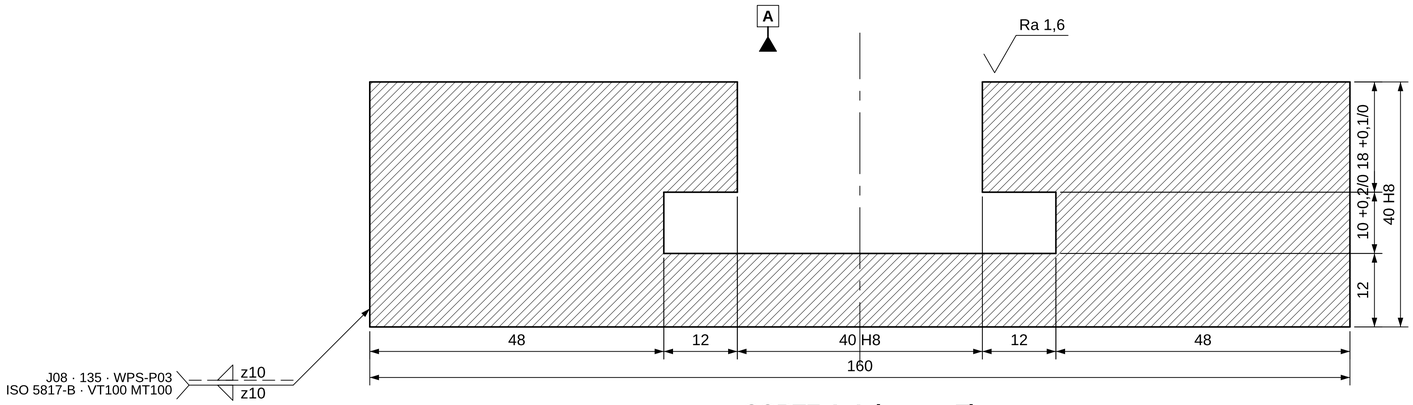


CORTE A-A (ranura T)
ESC 2:1

DETALLE B: RANURA T (ampliado)
ESC 2:1

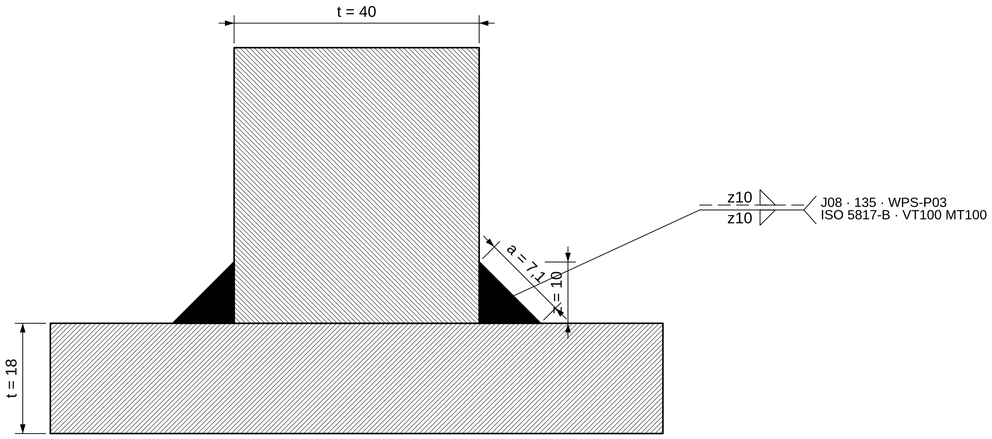

DETALLE J08: FILETE EN T z10 (a = 7,1)
ESC 2:1



VISTA DE EXTREMO (entrada del patín)
ESC 1:2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha 160 × 40 × 1.023,3 (largo de carrera del patín); sobremetal 5 mm en el largo.
2. Ranura T pasante: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64 × 10, fondo 12; mecanizar DESPUÉS de soldar y aliviar tensiones (fresado/cepillo); flancos Ra 1,6; el patín entra por el extremo.
3. Soldadura a la base: filete continuo z10 ambos lados, precalentar 65 °C (J08); eje de guía en x = ±1.140 ±0,5 respecto del centro.
4. Paralelismo de la ranura 0,10 (datum A = eje de la bancada) y coaxialidad con el ojal ±0,2: verificar antes de montar el patín.
5. Flancos de la ranura con grasa grafitada en montaje.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

// | 0,10 | A — Ranura paralela al eje de la bancada en todo el largo

⌖ | Ø0,2 | A — Ranura coaxial con el ojal de la ménsula (±0,2)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6 — flancos y fondo de la ranura T

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
9	ACC-001-C	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 170×45×1.033	40,5	81,0	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar	ACC-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J08	Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	a = 7,1	z = 10	8.186	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P03 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_bed_f del núcleo

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	40,5 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-001-C	20 de 53	C