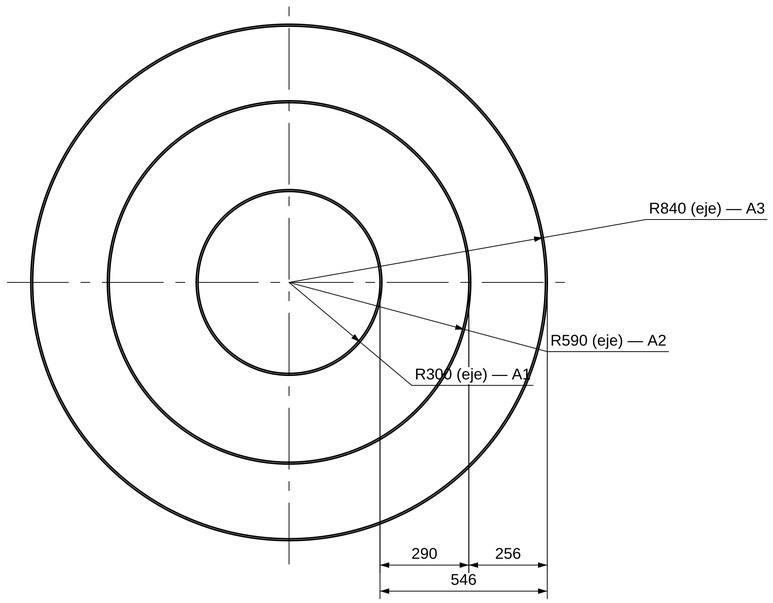
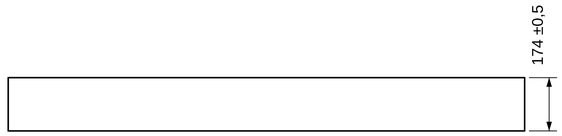
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



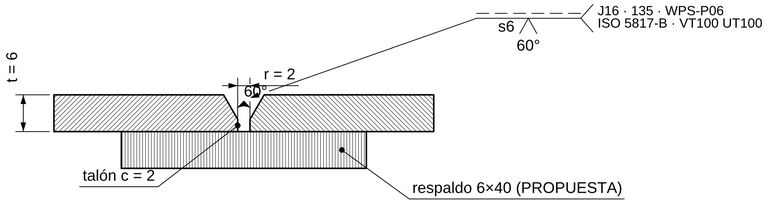

## PLANTA DE LAS 3 ALMAS

ESC 1:10



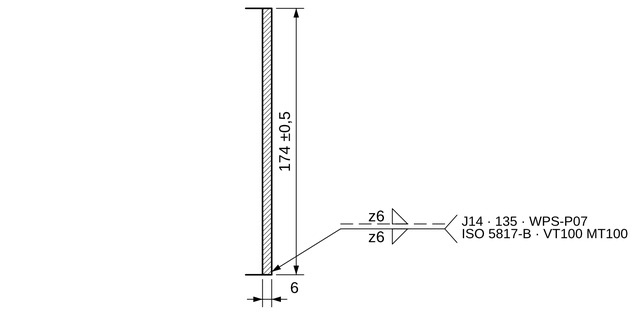

## ELEVACIÓN DE LAS 3 ALMAS

ESC 1:10



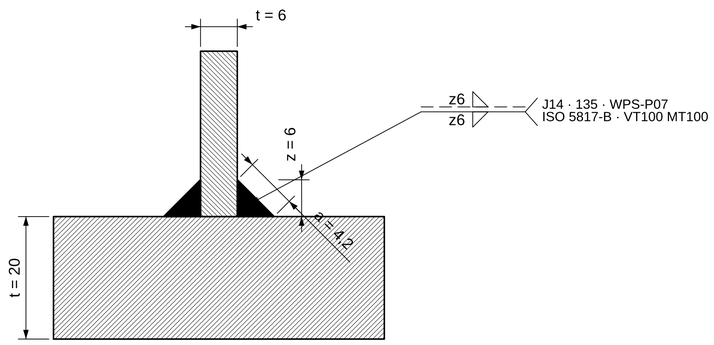

## DETALLE J16: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 6)

ESC 2:1




## CORTE DE UNA ALMA (todas iguales en sección)

ESC 1:2




## DETALLE J14: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

### DESARROLLO DE LAS ALMAS (pletina rolada)

| Alma | Código | Ø eje [mm] | Ø ext. / Ø int. | Desarrollo [mm] | Suministro | h × t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | MES-005-C | 600 | Ø606 / Ø594 | 1.885 | 1 pletina(s) rolada(s) | 174 × 6 |
| A2 | MES-006-C | 1.180 | Ø1.186 / Ø1.174 | 3.707 | 2 pletina(s) rolada(s) | 174 × 6 |
| A3 | MES-007-C | 1.680 | Ø1.686 / Ø1.674 | 5.278 | 2 pletina(s) rolada(s) | 174 × 6 |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletina 6 × 174 rolada a los radios de eje R = 300, 590, 840 mm; desarrollo = 2πR.
2. Cada alma tiene 1 empalme a tope V 60° (J16), UT 100 %, esmerilado al ras; ubicar el empalme entre nervios.
3. Altura h = 210 − 20 − 16 = 174 ±0,5 (altura de la mesa menos espesores de las planchas): cortar a medida y verificar con plantilla antes de armar la mesa.
4. Filete a las planchas superior e inferior z6 ambos lados continuo (J14). El tamaño supera el máximo AISC J2.2b (t − 2): pendiente del calculista (GEN-009).
5. Las almas son continuas; los nervios se cortan entre almas (ver MES-008…010).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,5 | A — Alma perpendicular a la cara de la plancha inferior (A); altura h ±0,5

⌭ | 2,0 — Redondez del anillo rolado (desviación radial máx.)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MES-005-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×1.905 | 15,4 | 15,4 | Desarrollo = 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 15 | MES-006-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×3.727 | 30,4 | 30,4 | Desarrollo = 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| 16 | MES-007-C | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Pletina rolada 174×6×5.298 | 43,3 | 43,3 | Desarrollo = 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP | MES-005-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **89,1** | | |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J14 | Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003) | Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma) | a = 4,2 | z = 6 | 43.480 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P07 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009)) |
| J16 | Empalme de cada alma anular (MES-005…007) | A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo | CJP, penetración total t = 6 | — | 522 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P06 (propuesta) | VT 100 % · UT 100 % | B | CJP (penetración completa); t de la parte más delgada |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | ver ficha (kg c/u) | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:2 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-005-C | 32 de 54 | C |