

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

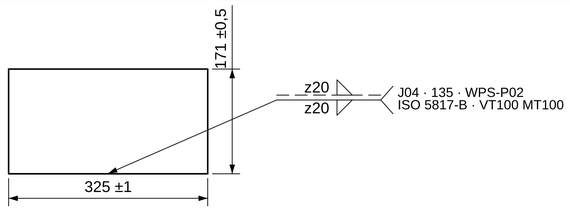


MEJILLA — ELEVACIÓN (2 por ménsula, 8 en total)

ESC 1:5




OREJA SUPERIOR

ELEVACIÓN ESC 1:5

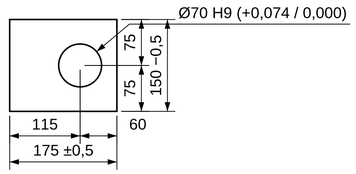


OREJA SUPERIOR (BAS-006) — PLANTA

ESC 1:5

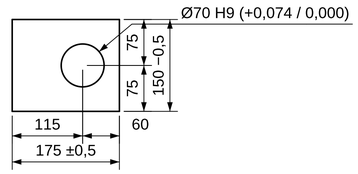

OREJA INFERIOR / BLOQUE (BAS-007) — PLANTA

ESC 1:5

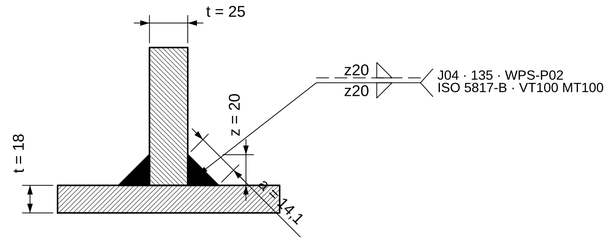


DETALLE J04: FILETE EN T z20 (a = 14,1)

ESC 1:2




OREJA INFERIOR — ELEVACIÓN (bloque)

ESC 1:20

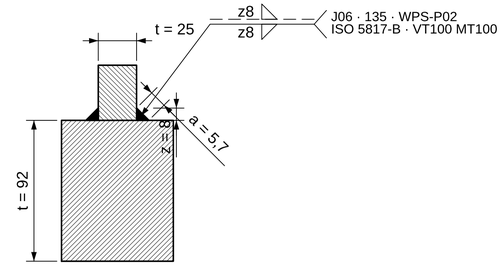


DETALLE J06: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 1:2

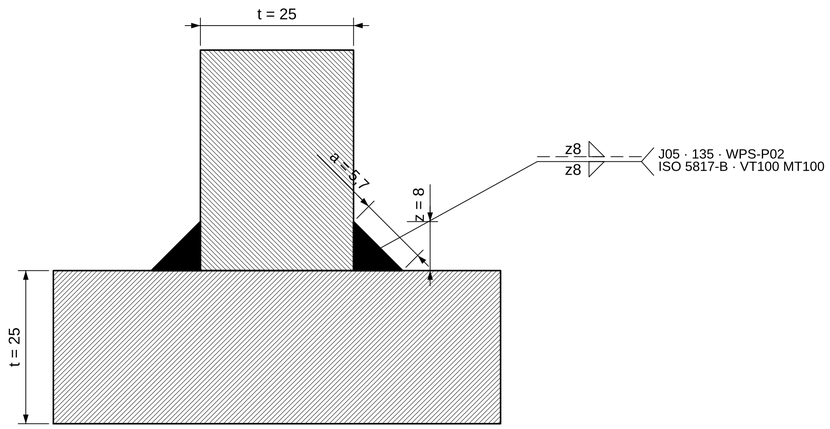


DETALLE J05: FILETE EN T z8 (a = 5,7)

ESC 2:1

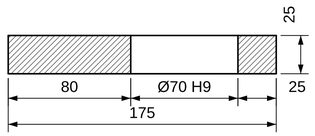

CORTE A-A: AGUJERO DE LA OREJA

ESC 1:2

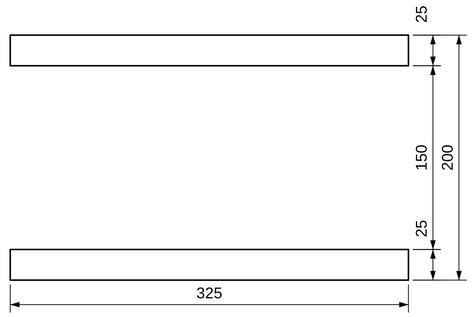

MEJILLAS — PLANTA

ESC 1:2,5

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Mejillas: plancha 25 × 171 × 325, 2 por ménsula (4 ménsulas, 8 mejillas); plasma, borde recto.
2. Orejas: planchas 150 (−0,5 para entrar entre mejillas con luz interior 150) × 175; la inferior es un bloque 92 de espesor (pletinas apiladas o plancha gruesa).
3. Agujero Ø70 H9 de ambas orejas: mandrinar en línea DESPUÉS de soldar la ménsula, en un solo montaje; coaxialidad 0,10; eje a 119 ±0,5 sobre la cara de apoyo.
4. Armar la ménsula en una plantilla sobre la base; soldadura de mejillas: secuencia alternada para limitar la distorsión (filete z de la tabla).
5. Para la ménsula completa ver el subconjunto CON-007 y la lámina de la base.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎	Ø0,10 | A	Agujeros Ø70 H9 de las dos orejas coaxiales (mandrinado en línea)
⊥	0,10 | B	Eje del agujero perpendicular al plano de las mejillas

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 6,3 — caras de apoyo de las orejas
- Ra 3,2 — agujeros Ø70 H9 de las orejas
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
5	BAS-005-C	Plancha 325×171×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 325×176×25	10,9	87,3		BAS-005-C
6	BAS-006-C	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar)	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×25	4,4	17,6	Agujero tras soldar	BAS-005-C
7	BAS-007-C	Plancha 150×175×92, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×94	16,2	64,7	Agujero tras soldar	BAS-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**169,6**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura mejillas–base); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 8, máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 23 mm
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa (t = 25 mm), a confirmar

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	10,9 + 4,4 + 16,2 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 a 1:20 (ver vistas)	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-005-C	28 de 60	C