

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

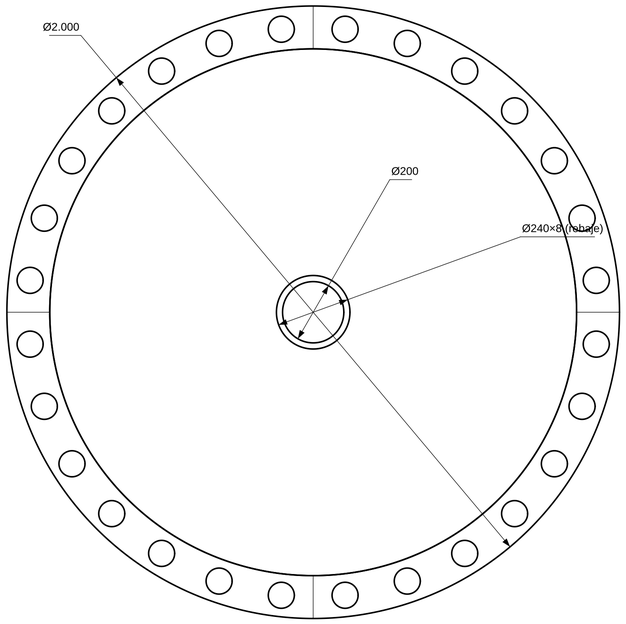

PLANCHA SUPERIOR + ANILLO
ESC 1:10

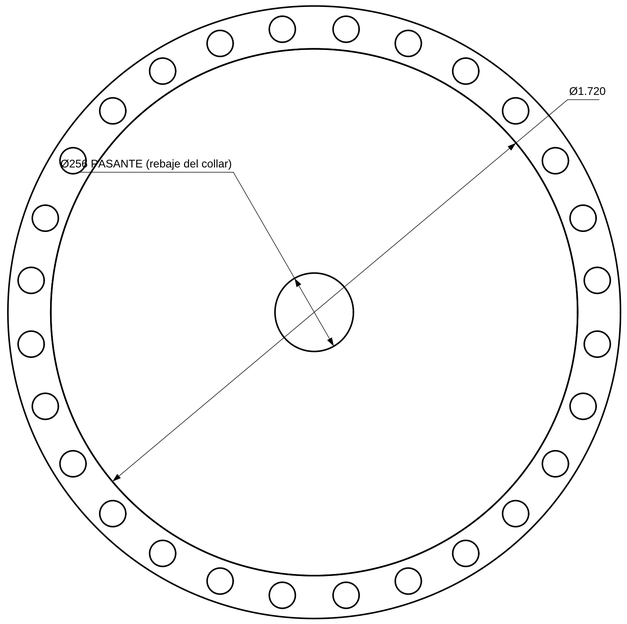

PLANCHA INFERIOR + ANILLO (vista desde abajo)
ESC 1:10

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
10	MES-001-B	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tap	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	359,0
11	MES-002-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	139,7
12	MES-003-B	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del co	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	285,4
13	MES-004-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35	139,7

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

MES-001-B Plancha superior de la mesa: Oxicorte/plasma desde plancha (o 2 mitades con empalme CJP); rebaje fresado en mandrinadora; soldadura


MES-002-B Anillo superior de pasadores: Plasma por segmentos de 90°; soldadura CJP de empalmes (UT 100 %); agujeros Ø80 en taladro radial y mandrinado a Ø85 H7 en línea con el anillo inferior

MES-003-B Plancha inferior de la mesa: Oxicorte/plasma; cara inferior de apoyo de la interfaz planeada en mandrinadora (fresa de planear) o esmerilada; planitud 0,20

MES-004-B Anillo inferior de pasadores: Plasma por segmentos; soldadura CJP de empalmes (UT); agujeros como el anillo superior (en línea)

NOTAS DE FABRICACIÓN

Los anillos se cortan en 4 segmentos de 90° con empalmes CJP (UT 100 %), alineados 45° respecto de los nervios.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

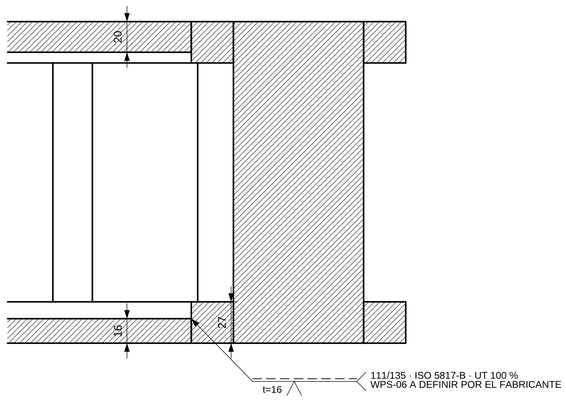

CORTE: EMPALME ANILLO–PLANCHA (inferior)

ESC 1:2

Transición de espesor 16 → 27: rebajar el anillo 1:4 en la unión con la plancha (CJP en V 60°, raíz 3, con respaldo).

Plancha inferior: agujero pasante Ø256 = D_boss 250 + 2·c_boss_r (3); el rebaje h = 62 desde la cara inferior supera t_bot: el resto se rebaja en el cubo (MES-003).

⏥	0,20	Cara inferior de la mesa: planitud 0,20 en Ø2.000
⫽	0,30 | A	Cara superior paralela a la inferior (A = cara inferior)
⌖	Ø0,10 | A	Agujeros Ø85 H7 de ambos anillos: posición ±0,05° y coaxialidad entre anillos 0,05

Ra 1,6

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_j 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h_c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PLANCHAS Y ANILLOS DE LA MESA (SUPERIOR E INFERIOR)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 Z35, UT A578 B	923,8 kg	Alivio de tensiones

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:2	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-MES-002-B	18 de 21	**B**