



Testing &
Inspection

4935 Milwee Street
Houston, TX 77092
Phone (713) 939-0440

Tensile & Charpy Certification Report

Report:
LAB-HOU20845TX -2

Page Number of Pages

PO Number
2492080

Customer:
Edgen Murray

Test Location:
TEJAS TESTING

Material:
API 5L X65 SMLS

HT No.
945427

No. Pieces:
1

Customer Info.:
20.000 x 1.031 - 20" S80 Fixed length

Specification:
ASTM A370

Unless otherwise states, yield stress is 0.2% offset. Gauge length is 2" for 0.5' specimen or 1' for a 0.25' specimen. Tensile specimens tested at room temperature unless otherwise specified. Relative humidity of laboratory is below 60% unless otherwise specified.

Tensile Results

Number	Size (Inches):	Yield (PSI):	Tensile (PSI)	Elongation (%)	Reduction (%)	Hardness
1	.500	69,775	81,300	31%	80%	

Unless otherwise stated, specimens are full size, i.e. 10 mm x 10 mm

Charpy Results

Number	Temperature:	Location:	Ft/Lbs	% Shear	MLE
1	-20F	TCVN Body	84, 77, 75	35%, 35%, 35%	.061, .039, .043

Comments:

Heat treated @ 1400F for 1 hour then air cooled

Submitted by (TTI Representative):

Signature:

Jarrod Harris

Date:

12/18/2025

Reports apply only to the material tested and/or inspected and do not necessarily represent the quality of apparently similar or identical material. Report/ Certificate shall not be reproduced except in full, without written approval by Tejas Testing. ISO/IEC 17025 accreditation by PJLA #86703

37f4ef2a-9fd9-4689-939c-c861fee7ae3

Tejas Testing & Inspection

4935 Milwee Street
Houston, Texas 77092
Phone: (713) 939-0440
Date: 12/18/25

Customer: Edgen Murray

P.O. 2492080


Material: API 5L X65

Heat#: 945427

Spec: ASTM E112

Sample: LAB-HOU20845TX -2

Description: 20.000 x 1.031 -20 » S80 Fixed Length

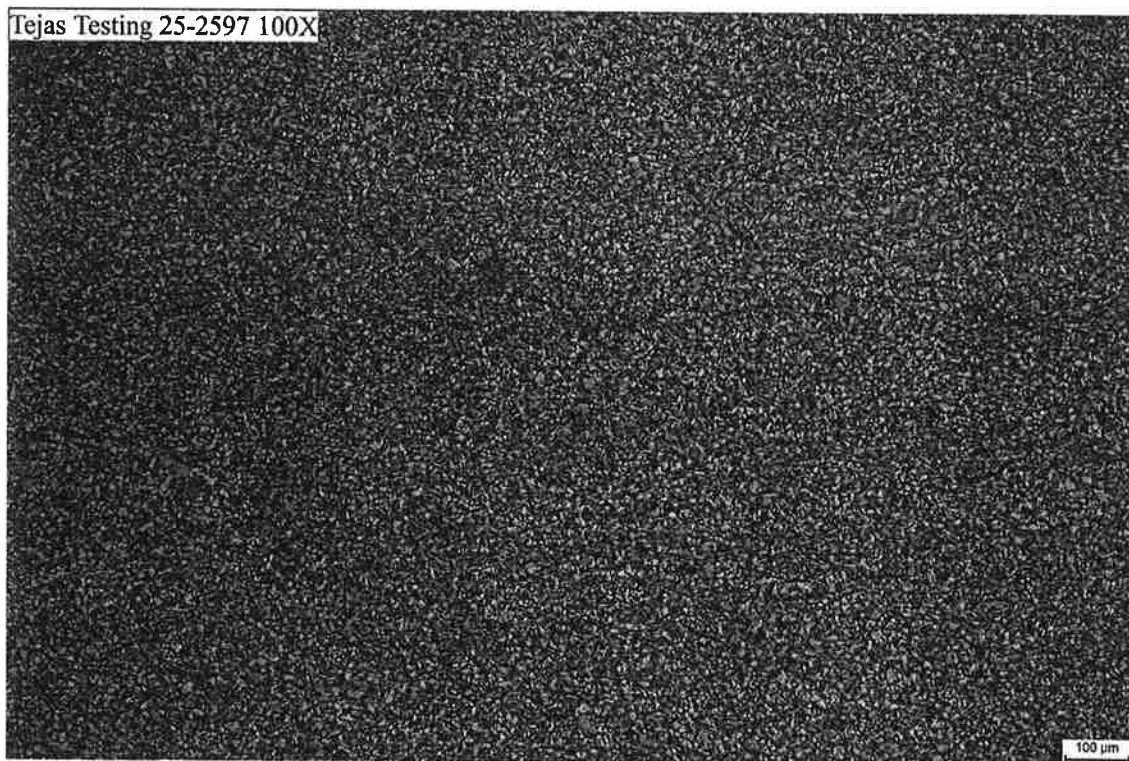

100X Nital etch, grain size No. 10 per ASTM E112.

Document reviewed by:



Our Order 2492080-4-1 Your Order 74769-02

Heat 945427

Packing List 407195-8 (1/14/2026)

Image 555927

Desc Pipe SMLS API 5L X65,20.000 x 1.031 - 20" S80 DRL



Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero: **01-24-16030** Page / Pagina: **1 / 7**
Date / Data: November 28, 2024

Dalminea S.p.A. - Dalmine, Italy
Piazzale Cadore 6 - 35030 Dalmine (PD) - Italy
Tel. +39 035 560 111 Fax
+39 035 560 3027 www

Customer / Cliente:		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente:	Customer's Reference / Posizione Cliente:	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:
		7570-00	18/230-2010313/X65	1210455/007
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:		Surface / Superficie:
QUENCHED & TEMPERED		SEAMLESS CARBON LINE PIPES (WITH EXTRA REQUIREMENTS)		See note nr.1
BONIFICATI		TUBI S.S. LINE PIPE (CON RICHIESTE SUPPLEMENTARI)		Vedi nota nr.1
Standard or Specification / Norme o specifiche:		Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		Ends / Estremità:
See note nr.2		STEEL GR. X65Q PSL2		BEVEL API 5L / ISO 3183 CT4:8825
Vedi nota nr.2		ACCIAIO GR. X65Q PSL2		SMUSSATI SECONDO API 5L / ISO 3183 CT4:8825
Dimensions / Dimensioni:		Length / Lunghezza:		Nominal Weight / Peso nominale:
20.000" O.D. x 1.031" W.T.		37.999 ft ÷ 43.999 ft		289.11 lb/ft
508.00mm O.D. x 26.19mm W.T.		11582 mm ÷ 13411 mm		311.19 Kg/m
Schedule / Scheda:		Quantity / Quantità: 7Pcs/Pz		
		275'01" ft		
		83.85 ml		
		58625.2 lb		
		26592 kg		

DELIVERY NOTES / AVVISI DI SPEDIZIONE

Delivery Notes		Delivery Notes	
Avvisi di spedizione		Avvisi di spedizione	
Job Number: 0031392759 / 000090		Town:	
Shipping note: 0106873037 - 27/11/2024		Country: USA	
Address:			

TENSILE TEST / PROVA DI TRAZIONE

Heat N°	Sample N°	Lot N°	Specimen condition				Specimen dimensions		Test Temp.	Y.S.	U.T.S.	Y.S./U.T.S.		Elongation / Allungamento		
			La	Sc	Type	On	Size	Area		FUL 0.2%		Reg. Max	0.93	Lo	Min	Obt.
Colata N°	Prova N°	Lotto N°	Condizioni della provetta				Dimensioni	Area	di prova	di prova	di prova	di prova	di prova	di prova	di prova	di prova
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
940479	L4667/C	4	B	AM	Cs	L	12.68	126.30	+68	777.00	845.00	0.85	2"	50.8	18.0%	20.5%
945427	L4665	3	B	AM	Cs	L	12.69	126.50	-68	689.00	820.00	0.84	2"	50.8	18.0%	30.5%

AM As manufactured / Come fabbricato	Lo: Initial length / Lunghezza iniziale	Obt: Obtained / Ottenuto	Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta
B Beely / Corpo	La: Location of sample / Ubicazione provetta	On: Orientation / Orientamento	U.T.S: Ultimate Tensile Strength / Rottura
Cs Cylindrical specimen / Cilindrica	Max: Maximum / Massimo	Reg. Max: Required maximum / Massimo richiesto	Y.S: Yield Strength / Snervamento
L Longitudinal / Longitudinale	Min: Minimum / Minimo	Req: Required / Richiesto	

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate, the trade mark system control "Tenaris" is stamped. In case the control of the original certificate would not be possible, the user must attest its conformity to the original controlling system and assume responsibility for any misuse of the data. Any alteration and/or falsification will be subject to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. In caso non fosse possibile il controllo dell'originale, l'utente deve attestare la conformità all'originale e assumersene ogni responsabilità per uso illecito del medesimo. Qualsiasi alterazione e/o falsificazione sarà punita secondo la legge.

Our Order 2492080-4-1 Your Order 74769-02

Heat 945427

Desc Pipe SMLS API 5L X65,20.000 x 1.031 - 20" S80 DRL

Packing List 407195-8 (1/14/2026)

Image 555927



INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICATO DI COLLAUDO (UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:
01-24-16030

Page / Pagina:
2 / 7

Date / Data: November 26, 2024

Dati del cliente: - Data di emissione:
Piazza D'Adda 15/A, 1
24021 Spilimbergo (BG) - Italy
Tel: +39 035 566 1111
Fax: +39 035 566 3627

Customer / Cliente:		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente:	Customer's Reference / Posizione Cliente:	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:	Steel Grade / Grado dell'Acciaio:	Surface / Superficie:
QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		SEAMLESS CARBON LINE PIPES (WITH EXTRA REQUIREMENTS) TUBI S.S. LINE PIPE (CON RICHIESTE SUPPLEMENTARI)	STEEL GR. X65Q PSL2 ACCIAIO GR. X65Q PSL2	See note nr.1 Vedi nota nr.1
Standard or Specification / Norme o specifiche:		Dimensions / Dimensioni:	Length / Lunghezza:	Ends / Estremità:
See note nr.2 Vedi nota nr.2		20.000" O.D. x 1.031" W.T. 508,00mm O.D. x 26,19mm W.T.	37.999 ft ± 43.999 ft 11582 mm ± 13411 mm	BEVEL API 5L / ISO 3183 CT4:B825 SMUSSATI SECONDO API 5L / ISO 3183 CT4:B825
Schedule / Scheda:		Quantity / Quantità:	Weight / Peso:	Nominal Weight / Peso nominale:
		275'01" ft 83.85 mt	58625,2 lb 26592 kg	209,11 lb/ft 311,19 Kg/m

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA

		Composition % / Composizione %													
		X 100							X 1000						
		C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	Cu	Ce	LF	PCM	F1	P	S
H Max		12	170	45	50	50	50	—	50	43	25	15	25	15	—
Min		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P Max		12	170	45	50	50	50	—	50	43	25	15	25	15	—
Min		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sample N°															
Colata N°															
L4667/C		7	125	26	18	17	15	3	16	37	17	5,3	13	1	2
L4668		8	122	25	15	17	16	3	15	38	18	6,1	10	2	1
L4665		8	127	26	19	19	15	3	18	39	19	5,2	13	1	1
L4666/C		7	118	25	17	18	15	3	19	36	17	5,3	15	1	2
L4666/C		3	116	25	17	18	15	3	19	37	18	5,3	13	1	2
L4666/C		9	120	25	15	20	16	3	17	39	19	5,3	14	2	1

Ce L F: C+MnS+(Cr+Mo+V)/S+(Ni+Cu)/S
F1: (Nb+V+Ti)

H: Heat / Colata
Max: Maximum / Massimo

Min: Minimum / Minimo
P: Product / Prodotto

PCM: C+V/10+Mo/15+(Mn+Cu+Cr)/20+S/30+N/60+5B

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZZA ATTRAVERSO LO SPESSORE

Required values		Individuals / Individuali			Average / Media			Hardness type/Tipo di durezza/vickers											
		Min	Max	Var	Min	Max	Var	OD				IAP				ID			
Heat N°	Sample N°	Specimen condition			Scale			1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4			
Colata N°	Prova N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°	Lot N°
940479	L4667/C	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the valid mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would like to use it for other purposes, he must obtain the original one from the original one.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale porta il marchio "Tenaris" in colore verde. In caso il proprietario del certificato originale volesse utilizzarlo per altri scopi, deve ottenere il certificato originale dalla Tenaris.

Heat 945427

Packing List 407195-8 (1/14/2026)

Image 555927

Desc Pipe SMLS API 5L X65,20.000 x 1.031 - 20" S80 DRL



Dalmine S.p.A. - Dalmine plant
Piazza Carlo C. Luigi 1941, 4
20134 Milano - Tel. (02) 8017
139 635 560 - 131 181
139 635 560 - 3822 102

		INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICATO DI COLLAUDO (UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)		Number / Numero: 01-24-16030 Page / Pagina: 3 / 7		Date / Data: November 28, 2024		Online 5,5,7, - Datation plan Prezzo 60000 € - Logica 1911, 1 2 (34) € - 200 (40) - Italy 1 (9) 6,85 540 151 (9) 1 (3) 6,85 540 152 (9)	
Customer / Cliente:		Customer's Order Item / Rifer. Online Cliente: 7870-00		Customer's Reference / Posizione Cliente: 18/230-2010313/X65		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 1210455/007			
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		Product Type / Tipo di prodotto: SEAMLESS CARBON LINE PIPES (WITH EXTRA REQUIREMENTS) TUBI S.S. LINE PIPE (CON RICHIESTE SUPPLEMENTARI)		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. X65Q PSL2 ACCIAIO GR. X65Q PSL2		Surface / Superficie: See note nr.1 Vedi nota nr.1			
Standard or Specification / Norme o specifiche: See note nr.2 Vedi nota nr.2						Ends / Estremità: BEVEL API 5L / ISO 3183 CT4:8825 SMUSSATI SECONDO API 5L / ISO 3183 CT4:8825			
Dimensions / Dimensioni: ø208.000" O.D. x 1.031" W.T. ø508.00mm O.D. x 26.19mm W.T.		Schedule / Schedule: 37.999 ft + 43.999 ft 11592 mm + 13411 mm		Length / Lunghezza: 37.999 ft + 43.999 ft 11592 mm + 13411 mm		Quantity / Quantità: 7Pcs/Pz 275'01" ft 83.85 mt		Weight / Peso: 58625,2 lb 26592 kg	
						Nominal Weight / Peso nominale: 209,11 lb/ft 311,19 Kg/m			

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZZA ATTRAVERSO LO SPESSORE

Required values		Individuals / Individuall			Average / Media			Hardness type/Tipa de duritate/valckers															
Valori necesitati		Min =	Max = 250.0	Var. =	Min =	Max =	Var. =																
Heat N°	Sample N°	Lot N°	Specimen condition		Quad.	Scale	OD				Dist. (mm)	Avg.	HV				Dist. (mm)	Avg.					
			Prova N°	Sc			1	2	3	4			1	2	3	4							
940427	L4665	3	B	AM	1	HV10	197.0	195.0	205.0	193.0	- 1.50	197.5	184.0	185.0	188.0	190.0	188.8	194.0	197.0	196.0	203.0	1.5	197.5

As manufactured / Come fabbrica

diametro esterno

 Adm: Minimum / Maximum |

Sc: Specimen condition / Condizioni Provella

Avg Average / Media

ID: Internal Diameter / Diâmetro interno

SAW: Middle Wall / Centro delle mura

Sci: Specimen condition / 1

B: Body / Corpo

LS: Location of sample / Ubicazione provetta

OD: Ostreidae, *Diamanus* / *Diamanus* *antennatus*

Var. Variation / Variazione

Dist: Distance from outer diameter / Distanza dal

Mar. Marguerite / Massimo

Overhead Control / Overhead

IMPACT TEST / PROVA DI RESILIENZA

Type/Type CVNH				Orientation/Dir: zone 1				Unit / Units: FT-LB				Shear area / Area ductile %			
Position/Positione				Temp. - 50		Unit/Unit: °F		Ind. Min. Res. 15.0		Req. Min. Avg. 20.0		Ind. Min. Res. -		Req. Min. Avg. -	
Heat N°	Sample N°	Zone	Lot N°	Temp.		Size / Dimension		Results / Risultato				Results / Risultato			
Colata N°	Prova N°	Zone	Lotto N°	Lib.	Sc.	mm		1	2	3	Avg.	1	2	3	Avg.
94049	L4667C	outside	4	B	AM	10 x 10.00		318.0	344.0	328.0	330.0	100	100	100	100
845427	L4665	outside	3	B	AM	10 x 10.00		336.0	337.0	320.0	333.0	100	100	100	100

AM As manufactured / Come fabbricato

Ind. Min. Req: Individual Minimum Required (

Reg. Min. Avg: Required minimum average 1.0000

Avg. Average / Media

Minimo singolo richiesto

media:chiasta

T: Transversal / Trasversale

B. Body / Corpo

Ls. Location of sample / Ubicazione provetta

See: Specimen condition / Confidential Project

Temp: Temperature / Temp.

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the made mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would obtain a copy of it, he must add its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for its validity or not allowed use. Any alteration or use falsified along with the signature is the law.

Questo certificato è emesso da un'azienda specializzata ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Taurus" in colore verde e protezione dell'originalità, qualità della carta, deve apparire a suo nome la confezione dell'armonica. L'azienda non è responsabile per la perdita o l'uso improprio dell'armonica. L'azienda non è responsabile per la perdita o l'uso improprio dell'armonica.

Our Order 2492080-4-1 Your Order 74769-02

Heat 945427

Desc Pipe SMLS API 5L X65,20.000 x 1.031 - 20" S80 DRL

Packing List 407195-8 (1/14/2026)

Image 555927

**Tenaris****INSPECTION CERTIFICATE****CERTIFICATO DI COLLAUDO****(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)**

Number / Numero:

01-24-16030

Page / Pagina:

4 / 7

Date / Data: November 28, 2024

Dall'ordine 4 p.A. - Dall'ordine plant
Piazza Cavour 6, Torino 10144, I
24044, Dall'ordine (DRL) - Italy
+39 011 560 141 141
+39 011 560 3627 144

Customer / Cliente:		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente:	Customer's Reference / Posizione Cliente:	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:
7870-00		18/230-2010313/X65	1210455/007	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:		Surface / Superficie:
QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		SEAMLESS CARBON LINE PIPES (WITH EXTRA REQUIREMENTS) TUBI S.S. LINE PIPE (CON RICHIESTE SUPPLEMENTARI)		See note nr.1 Vedi nota nr.1
Standard or Specification / Norma o specifica:		Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		Ends / Estremità:
See note nr.2 Vedi nota nr.2		STEEL GR. X65Q PSL2 ACCIAIO GR. X65Q PSL2		BEVEL API 5L / ISO 3183 CT4:8825 SMUSSATI SECONDO API 5L / ISO 3183 CT4:8825
Dimensions / Dimensioni:		Length / Lunghezza:		Nominal Weight / Peso nominale:
ø20.000" O.D. x 1.031" W.T. ø508.00mm O.D. x 26.19mm W.T.		37.999 ft + 43.999 ft 11582 mm ± 13411 mm		200.11 lb/ft 311.19 Kg/m
Schedule / Scheda:		Quantity / Quantità: 7Pcs/Pz		
		27501" ft 83.65 mt		58625.2 lb 26592 kg

HYDROSTATIC TEST / PROVA IDRAULICA

Pressure / Pressione		Time / Tempo	Results / Risultato
Unit / Unità	Value / Valore	Seconds / Secondi	
psi	2 970	5	Satisfactory / Soddisfacente

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STANDARD EDITIONS EDIZIONI NORME	
Standard: API 5L Year: 2018 Revision: 40 Revision year: ... Standard: NIS/ENCE 100175-2021/ISO 15156-1:2015 Standard: NIS/ENCE 100175-2021/ISO 15156-2:2015	Norma: API 5L Anno: 2018 Revisione: 40 Anno della revisione: ... Norma: NIS/ENCE 100175-2021/ISO 15156-1:2015 Norma: NIS/ENCE 100175-2021/ISO 15156-2:2015
PRODUCT DESCRIPTION NOTES NOTE DI DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	
Note 1 is the full description of the "Surface" Note 2 is the full description of the "Standard or specification" Note 3 is the full description of the "Standard or specification"	La nota 1 è la descrizione completa della "Superficie" La nota 2 è la descrizione completa delle "Richieste supplementari" La nota 3 è la descrizione completa delle "Norme o specifiche"
Supplementary Information Informazioni supplementari	
Steel, rolled and painted in ITALY	
Acciaio, fuso e collato in ITALIA	

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signatures. On the original certificate, the trade mark green e-signature "Tenaris" is required. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must add his conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any mistake or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale porta il marchio "Tenaris" in colore verde. In caso l'utente del certificato originale rilasciasse una copia, deve aggiungere la sua conformità al certificato originale, assumendosi la responsabilità per qualsiasi errore o uso non autorizzato. Qualsiasi alterazione e/o falsificazione sarà punita dalla legge.

Our Order 2492080-4-1 Your Order 74769-02

Heat 945427

Desc Pipe SMLS API 5L X65,20.000 x 1.031 - 20" S80 DRL

Packing List 407195-8 (1/14/2026)

Image 555927



INSPECTION CERTIFICATE CERTIFICATO DI COLLAUDO (UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:
01-24-16030

Page / Pagina:
5 / 7

Date / Data: November 28, 2024

Edizione 5.0 A - Dalmine plant
Piazza Caduti al Lavoro 1994, 1
24044 Dalmine (BG) - Italy
+39 035 560 141 fax
+39 035 560 2527 fax

Customer / Cliente: 7870-09		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente: 18/230-2010313/X65	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 1210455/007
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		Product Type / Tipo di prodotto: SEAMLESS CARBON LINE PIPES (WITH EXTRA REQUIREMENTS) TUBI S.S. LINE PIPE (CON RICHIESTE SUPPLEMENTARI)	
Standard or Specification / Norma o specifica: See note nr.2 Vedi nota nr.2		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. X65Q PSL2 ACCIAIO GR. X65Q PSL2	Surface / Superficie: See note nr.1 Vedi nota nr.1
Dimensions / Dimensioni: ø20.000" O.D. x 1.031" W.T. ø509.00mm O.D. x 26.19mm W.T.		Length / Lunghezza: 37.999 ft + 43.999 ft 11582 mm + 13411 mm	Ends / Estremità: BEVEL API 5L / ISO 3183 CT4:8825 SMUSSATI SECONDO API 5L / ISO 3183 CT4:8825
Schedule / Scheda:		Quantity / Quantità: 7Pcs/Pz 275'01" ft 83.85 mt	Weight / Peso: 58625,2 lb 26592 kg
			Nominal Weight / Peso nominale: 209.11 lb/ft 311.19 Kg/m

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Supplementary Information Informazioni supplementari	
Continuous casting and fully killed The coupon sampling zone is defined by the suffix of the sample N°, following the legend: no suffix or /01 /02 /03 for head, /C (including /C1 /C2 /C3) for tail, /M for center.	Colaggio continuo ed acciaio di tipo calmato La zona di prelievo del provino è definita dal suffisso del numero di prova, secondo legenda: Legenda: nessun suffisso o /01/02/03 per la testa, /C (inclusi /C1/C2/C3) per la coda, /M per il centro del tubo.

Supplementary Information Informazioni supplementari	
AFTER INSPECTION OPERATION, THE MATERIAL HAS NOT A REMAINING MAGNETISM DOPO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO, IL MATERIALE NON PRESENTA UN MAGNETISMO RESIDUO SUPERIORE A 020 GAUSS HARDNESS HRC 22 MAX, ACCORDING TO NACE MR0175/ISO 15156 DUREZZA HRC 22 MAX, IN ACCORDO ALLA SPEC. NACE MR0175/ISO 15156 HARDNESS HRA 750 MAX, ACCORDING TO NACE MR0175/ISO 15156 DUREZZA HRA 750 MAX, IN ACCORDO ALLA SPEC. NACE MR0175/ISO 15156 PIPES HAVE BEEN QUENCHED AND TEMPERED: AUTEMPERIZIONE TEMP. AT 610 °C FOR 101 HRS, IMMERSION IN WATER AND TEMPERED AT 655 °C FOR 135 HRS I TUBI SONO STATI TRATTATI CON TRATTAMENTO TERMICO: RISCALDATI A 610 °C PER 101 HRS E TRATTATI IN ACQUA E RISCALDATI A 655 °C PER 135 HRS ALL PIPES HAVE BEEN TESTED BY ULTRASONIC INSPECTION FOR DEFECTS TUTTI I TUBI SONO STATI CONTROLLATI CON U.S. PER LA PRESENZA DI DIFETTI TRANSVERSAL INSIDE (NOTCH 10,2 %) TRASVERSALI INTERNE (RASPATURA 10,2 %) TRANSVERSAL INSIDE (NOTCH 10,2 %) TRASVERSALI INTERNE (RASPATURA 10,2 %) TRANSVERSAL OUTSIDE (NOTCH 5,0 %) TRASVERSALI ESTERNE (RASPATURA 5,0 %) LONGITUDINAL OUTSIDE (NOTCH 5,0 %) LONGITUDINALI ESTERNE (RASPATURA 5,0 %) WITH SATISFACTORY RESULT, ACCORDING TO SPEC. ASTM E 213 CON RISULTATO SODDISFACENTE, IN ACCORDO ALLA SPEC. ASTM E 213 UT COVERAGE 100 % (UNINSPECTED END AREAS CUT OFF) SONDAGGIO U.S. 100 % (AREE ESTREME NON ISPEZIONATE ELIMINATE) MATERIAL ACCORDING TO ASME B 36.10 MATERIALE IN ACCORDO ALLA ASME B 36.10 ENDS NOT FINISHED PIPES TUBI SENZA SALONATURA FINITI A CALDO VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL HAS BEEN CARRIED OUT WITH SATISFACTORY RESULT IL CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE HA DATO RISULTATO SODDISFACENTE	

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the main mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would like to use a copy, he must check its conformity to the original one (using computerized system) for any visual or not allowed line. Any alteration or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. In caso l'utente del certificato originale volesse utilizzare una copia, deve verificare la conformità alla originale (attraverso il sistema informatico) per qualsiasi linea non consentita. Qualsiasi alterazione o falsificazione sarà punita a norma di legge.

Our Order 2492080-4-1 Your Order 74769-02

Heat 945427

Desc Pipe SMLS API 5L X65,20.000 x 1.031 - 20" S80 DRL

Packing List 407195-8 (1/14/2026)

Image 555927



INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:

01-24-16030

Page / Pagina:

6 / 7

Date / Data: **November 28, 2024**

Ballinone S.p.A. - Ballinone plant
Piazza Caduti 6 - 10044 Ballinone (CN) - Italy
+39 0175 540 111 - 1
+39 0175 540 2127 Fax

Customer / Cliente:		Customer's Order Item / Rifer. Ordine Cliente:	Customer's Reference / Posizione Cliente:	Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione:
		7870-08	18/230-2010313/X65	1210455/007
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:		Surface / Superficie:
QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		SEAMLESS CARBON LINE PIPES (WITH EXTRA REQUIREMENTS) TUBI S.S. LINE PIPE (CON RICHIESTE SUPPLEMENTARI)		See note nr.1 Vedi nota nr.1
Standard or Specification / Norme o specifiche:		Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		Ends / Estremità:
See note nr.2 Vedi nota nr.2		STEEL GR. X65Q PSL2 ACCIAIO GR. X65Q PSL2		BEVEL API 5L / ISO 3183 CT4:8825 SMUSSATI SECONDO API 5L / ISO 3183 CT4:8825
Dimensions / Dimensioni:		Length / Lunghezza:		Nominal Weight / Peso nominale:
ø20.000" O.D. x 1.031" W.T. ø508.00mm O.D. x 26.19mm W.T.		37.999 ft ± 43.999 ft 11582 mm ± 13411 mm		275'01" ft 83.85 mt
Schedule / Schedata:		Quantity / Quantità: 7Pcs/Pz		58625.2 lb 26592 kg
				311.19 Kg/m

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Supplementary Information
Informazioni supplementari

STEEL IS FULLY KILLED AND PRODUCED BY ELECTRIC FURNACE TO A FINE GRAIN PRACTICE.
THE PRODUCT SUPPLIED IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER.
MANUFACTURED BY TENARIS DADRINE
NO WELD REPAIRS, MENDS AND REPAIRS MADE
AS FOR REPAIRS, STEEL CAN BE REPAIRED; MANUFACTURER SHOULD GRIND TO GRIND THE
SURFACE OF THE PIPES WHEN, DURING FINAL VISUAL INSPECTION, SOME IMPERFECTIONS
ARE DETECTED. THE RESULTED SURFACE AREAS, AFTER GRINDING, HAS DIFFERENT
COLORATION COMPARED WITH USUAL ONE AS MANUFACTURED. THE RESIDUAL WALL THICKNESS
AFTER GRINDING HAS BEEN CHECKED RESULTING IN TOLERANCE WITH STANDARDS
Tenaris identification number for IDN: 1512911

L'ACCIAIO E' DI TIPO KILLED, A GRANO FINO, PRODOTTO AL FORNO ELETTRICO
IL MATERIALE FORNITO E' IN ACCORDO AI REQUISITI DELL'ORDINE.
FABBRICATO DA TENARIS DADRINE
NON RIPARATO MAGGIOR SALDATURA, ESSENTE DA RISCALDAMENTO E RADIOLIZIONE
COME DA PROCEDURA STANDARD, I TUBI POSSONO ESSERE RIPARATI; IL COSTRUTTORE DOVREBBE
RISORRIVERE ALLA REPRISTITURA DELLA LORO SUPERFICIE QUANDO DURANTE L'ISPEZIONE VISIVA
VENGONO RILEVATE DELLE IMPERFEZIONI. DOPO LA RIFINITURA, LE AREE SUPERFICIALI
PRESENTANO PRESSIONI UNA COLORAZIONE DIVERSA RISPETTO A QUELLA ORIGINALE. LO
SPESORE RESIDUO DELLE PARETI RIENTRA NELLA SCELTA DI TOLLERANZA.
Numero identificativo Tenaris IDN: 1512911

MARKING / MARCATURA

Marking
Marching

STENCILING
_T API Spec 5L 0038.1 _API DATA 20 1.031 X65Q PSL 2 SMLS HEAT: COLATA FT _FT
NR _NR NACE
LEGEND
_T = TENARIS Logo
_API = API Logo
_DATA = Marking Date

VENNICIATURA
_T API Spec 5L 0038.1 _API DATA 20 1.031 X65Q PSL 2 SMLS HEAT: COLATA FT _FT
NR _NR NACE
LEGENDA
T = Logo TENARIS
API = Logo API
DATA = Data di marcatura

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the color mark green colored
"Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would like to use a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking
upon himself the responsibility for any use or misuse of the copy. Any alteration or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde.
In caso il proprietario del certificato originale volesse utilizzare una copia di esso, deve attestare a sua volta la conformità della copia, assumendone ogni responsabilità per qualsiasi uso
Qualsiasi alterazione o falsificazione sarà punita a norma di legge.

Our Order 2492080-4-1 Your Order 74769-02
Heat 945427

Packing List 407195-8 (1/14/2026)

Image 555927

Desc Pipe SMLS API 5L X65,20.000 x 1.031 - 20" S80 DRL



Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero: **01-24-16030**
Page / Pagina: **7 / 7**

Date / Data: **November 28, 2024**

Tenaris S.p.A. - Production plant
Piazza Galvani 1, 40138 Bologna (BO) - Italy
Tel: +39 051 260 1111
Fax: +39 051 260 1112

Customer / Cliente: 7870-00		Customer's Order Item / Rif. Ordine Cliente: 18/230-2010313/X65		Manufacturer's Works Order N° / Conferma-Posizione: 1210455/007	
Manufacture Process / Processo di fabbricazione: QUENCHED & TEMPERED BONIFICATI		Product Type / Tipo di prodotto: SEAMLESS CARBON LINE PIPES (WITH EXTRA REQUIREMENTS) TUBI S.S. LINE PIPE (CON RICHIESTE SUPPLEMENTARI)		Surface / Superficie: See note nr.1 Vedi nota nr.1	
Standard or Specification / Norme o specifiche: See note nr.2 Vedi nota nr.2		Steel Grade / Grado dell'Acciaio: STEEL GR. X65Q PSL2 ACCIAIO GR. X65Q PSL2		Ends / Estremità: BEVEL API 5L / ISO 3183 CT4:8825 SMUSSATI SECONDO API 5L / ISO 3183 CT4:8825	
Dimensions / Dimensioni: ø20.000" O.D. x 1.031" W.T. ø508.00mm O.D. x 26.19mm W.T.	Schedule / Scheda: 11582 mm + 13411 mm	Length / Lunghezza: 37.999 ft + 43.999 ft 11582 mm + 13411 mm	Quantity / Quantità: 7Pcs/Pz	Weight / Peso: 58625,2 lb 26592 kg	Nominal Weight / Peso nominale: 209.11 lb/ft 311.19 Kg/m

MARKING / MARCATURA

COLATA = Heat Number NR = Pipe/Tube Identifier		COLATA = Numero di colata NR = Identificativo numerico del tubo	
---	--	--	--

The product certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements.
This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.
We, Tenaris, hereby acknowledge the restrictions as per article 3g(1) of Council Regulation (EU) No 833/2014, as amended, and confirm that our company is compliant with this legislation.
Consequently, we, Tenaris, hereby represent and warrant that the steel products covered by this certificate, as listed in Annex XVII of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 and its subsequent amendments, do not originate from Russia and related guidelines do not incorporate any steel or iron products, as listed in the same Annex XVII originating in Russia when having been processed in a third country.
We also acknowledge the equivalent restrictions as per Clause 17e of Norway's Russia Regulations of 15 August 2014 No. 1076 (FOR-2014-08-15-1076) and Regulations 461A and 461B of the UK Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, and confirm that our company is compliant with these laws as well.

CUSTOMER - THIRD PARTY		TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE	
INSPECTION COMPANY COMPAGNIA D'ISPEZIONE		 QUALITY CERTIFICATION DEPT. UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITÀ LATANZI Sabrina	 CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT. RESPONSABILE DELL'UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITÀ POMPLJ Barbara

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the photo-mark (green dot) is visible. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any misuse or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be punished by the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. In caso il titolare del certificato originale rilasciasse una copia di esso, deve attestare la conformità con l'originale assumendosi la responsabilità per qualsiasi uso non autorizzato o non consentito. Qualsiasi alterazione e/o falsificazione sarà punita dalla legge.