



CORSO AVANZATO MONETE, LINGOTTI E METALLI DA INVESTIMENTO

Specifiche, autenticazione, peso fino, premium, falsi e valore numismatico

Manuale ufficiale di alta specializzazione interna

Sterline

Marenghi

Krugerrand

Bullion

Lingotti

LBMA

Seriali

Densità

Falsi

Numismatica

OBIETTIVO

Autonomia su standard fisici

Identificare, misurare, valorizzare e fermarsi quando serve.

USO

Alta specializzazione interna

Commessi, responsabili, affiancamento e audit tecnico.

Nota: non sostituisce perizie numismatiche, saggi di laboratorio, consulenza finanziaria o fiscale, né autorizza test distruttivi su beni collezionistici o sigillati senza procedura e approvazione.

OROACTIVE ACADEMY

Scheda corso

Corso Avanzato Monete, Lingotti e Metalli da Investimento - autenticazione, valore fino, premium e falsi

Percorso di alta specializzazione per rendere il commesso autonomo nella gestione standard di monete bullion, monete storiche comuni, lingotti retail e metalli fisici da investimento. L'autonomia riguarda il metodo: identificare il prodotto, confrontare specifiche ufficiali, misurare, calcolare il metallo fino, distinguere il valore metallico dal premio e riconoscere quando serve una verifica superiore.

Campo	Dettaglio
Destinatari	Commessi, aiuto commessi evoluti, responsabili, supervisori e personale in affiancamento.
Prerequisiti	Corso Base Oro, Corso Base Argento, Corso Operativo Completo Compro Oro e Corso Antifrode.
Obiettivo	Gestire in autonomia i casi standard, senza distruggere valore collezionistico e senza confondere peso lordo, titolo e peso fino.
Durata consigliata	28-36 ore di studio, 14 ore di laboratorio controllato e almeno 20 casi pratici documentati.
Metodo	Specifiche ufficiali, confronto dimensionale, calcoli, test complementari, matrice di rischio e simulazioni di prezzo.
Esito atteso	Operatore capace di valutare prodotti comuni, documentare anomalie e fermarsi sui casi numismatici o tecnicamente critici.

Uso corretto del corso

Il valore di una moneta o di un lingotto non deriva da una sola caratteristica. Titolo, peso, dimensioni, anno, zecca, stato, confezione, seriale e mercato devono essere coerenti. In caso di conflitto: non pulire, non aprire, non incidere e non concludere senza autorizzazione.

Competenze finali

- Calcolare peso fino, valore metallico, premio, sconto e spread senza doppi conteggi.
- Riconoscere le specifiche operative di Sterline, Marengi, Krugerrand e principali bullion moderne.
- Distinguere bullion, prova da collezione, moneta storica comune, rarità numismatica e replica.
- Verificare lingotti fusi e conati, seriali, assay card, blister e certificati.
- Applicare peso, diametro, spessore, densità, XRF, conducibilità e ultrasuoni nei limiti corretti.
- Individuare falsi, alterazioni, nuclei interni, confezioni ricostruite e certificazioni non verificabili.
- Capire quando un oggetto non deve essere trattato solamente a peso.



STRUTTURA UFFICIALE DEL CORSO

Indice - parte I

Modulo	Titolo	Contenuto operativo
01	Fondamenti e lessico	Bullion, numismatica, metallo fisico, oncia troy, titolo.
02	Peso lordo, titolo e peso fino	Formule, conversioni, tolleranze, errori di calcolo.
03	Valore metallico, premio e spread	Melt value, liquidità, prezzo cliente, rischio.
04	Anatomia e classificazione monete	Dritto, rovescio, bordo, zecca, asse, finitura.
05	Sterline e Sovereign	Specifiche, frazioni, usura, falsi e valore storico.
06	Marenghi e famiglia 20 franchi	Standard tipici, varianti, zecche e rischio numismatico.
07	Krugerrand	22K, 1 oz fine, gross weight, proof e bullion.
08	Bullion moderne principali	Maple Leaf, Britannia, Eagle, Buffalo, Philharmoniker, Kangaroo.
09	Argento, platino e palladio	Monete e lingotti, purezza, premi e specificità.

Percorso didattico

Prima si impara a calcolare il metallo fino; poi si riconosce il prodotto; infine si decide se il prezzo dipende dal metallo, dal premio industriale o dal valore numismatico.

STRUTTURA UFFICIALE DEL CORSO

Indice - parte II

Modulo	Titolo	Contenuto operativo
10	Valore numismatico e conservazione	Rarità, stato, proof, BU, patina, pulizia, slab.
11	Lingotti retail e Good Delivery	Fusi, conati, formati, marchi e standard wholesale.
12	Blister, seriali e certificati	Matching, domini, sigilli, assay card e manomissioni.
13	Controllo dimensionale e densità	Bilancia, calibro, idrostatica, tolleranze ed errori.
14	Metodi avanzati	XRF, conducibilità, ultrasuoni e laboratorio.
15	Falsi e riproduzioni di monete	Fusioni, coni, bordi, date, zecche, repliche e slab falsi.
16	Falsi e nuclei interni nei lingotti	Rivestimenti, inserti densi, confezioni e seriali.
17	Workflow, pricing e cliente	Ricezione, documentazione, prezzo e custodia.
18	Casi studio, check-list ed esame	Simulazioni, schede stampabili e valutazione finale.
Appendici	Specifiche e fonti ufficiali	Tabelle, formule, riferimenti e aggiornamento.

Regola madre

Mai pulire una moneta, incidere un lingotto o aprire un blister prima di avere escluso valore collezionistico e ottenuto autorizzazione.

Autonomia corretta

Un operatore autonomo sa concludere i casi standard e riconoscere con precisione i casi da sospendere.

01

Fondamenti e lessico

Separare prodotto fisico, metallo fino, mercato e collezione

1. Il metallo da investimento non è un semplice rottame

Monete e lingotti possono avere tre livelli di valore contemporaneamente: metallo contenuto, premio del prodotto e valore collezionistico. Il primo è calcolabile dal peso fino; il secondo dipende dal formato e dalla liquidità; il terzo può superare di molto il metallo e richiede competenza numismatica.

Termine	Significato operativo	Errore da evitare
Bullion	Prodotto standardizzato il cui prezzo segue soprattutto il metallo.	Assumere che ogni moneta in oro sia bullion.
Numismatica	Valore legato a rarità, conservazione, variante, domanda e provenienza.	Pagare solo a peso una data o zecca rara.
Peso lordo	Massa totale dell'oggetto.	Confonderlo con il metallo fino.
Titolo / finezza	Quota di metallo prezioso espressa in millesimi o carati.	Applicare il titolo due volte.
Peso fino	Massa effettiva del metallo prezioso contenuto.	Usare il peso nominale senza verificare la definizione.
Oncia troy	Unità dei metalli preziosi: 1 oz t = 31,1034768 g.	Usare l'oncia comune da 28,35 g.
Premium	Differenza tra prezzo del prodotto e valore metallico.	Trattarlo come valore certo e permanente.
Spread	Differenza tra prezzo di vendita e riacquisto.	Ignorare liquidità e costi di uscita.

Orientamento UE

La disciplina europea dell'oro da investimento distingue lingotti/placchette e determinate monete secondo criteri di purezza, data, corso legale e rapporto tra prezzo e valore dell'oro. La lista delle monete qualificate viene aggiornata: verificare sempre normativa e lista vigenti con il consulente.

Riferimento tecnico: Direttiva IVA 2006/112/CE, regime speciale per l'oro da investimento; elenco annuale delle monete qualificanti.

01

Metalli fisici e finalità

Capire cosa si sta comprando prima di attribuire un prezzo

Categoria	Esempi	Driver principale	Controllo chiave
Oro bullion moderno	Maple Leaf, Britannia, Philharmoniker.	Spot + premio contenuto.	Specifiche, sicurezza, titolo.
Oro storico liquido	Sovereign, 20 franchi comuni.	Metallo + premio di mercato.	Anno, zecca, conservazione, autenticità.
Oro numismatico	Date rare, prove, varianti, grandi conservazioni.	Rarità e domanda.	Specialista e catalogo aggiornato.
Lingotti retail	1 g - 1 kg, fusi o conati.	Metallo + marchio/formato.	Peso, seriale, confezione, analisi.
Argento bullion	Maple, Eagle, Philharmoniker, barre.	Spot + premio più elevato in percentuale.	Titolo, peso, dimensioni, superficie.
Platino/palladio	Eagle, Philharmoniker, barre 999.5.	Mercato più sottile e spread.	Strumento/profilo dedicato e fonte prezzo.

1.1 La domanda operativa iniziale

1. È una moneta, un lingotto, una medaglia, un gettone o un oggetto da fusione?
2. Il prodotto dichiara peso lordo o metallo fino?
3. È un prodotto standard riconoscibile o una variante da catalogare?
4. La confezione è parte del valore e dell'autenticazione?
5. Esiste un possibile premio storico/numismatico che impedisce il trattamento a peso?

Stop immediato

Se non sai identificare con certezza la tipologia, non calcolare il prezzo finale. Prima dell'autenticità viene l'identità corretta del prodotto.

02

Peso lordo, titolo e peso fino

La base matematica di ogni valutazione corretta

2. Tre numeri che non vanno confusi

Esempio: $7,98 \text{ g} \times 0,9167 = \text{circa } 7,32 \text{ g di oro fino}$



Errore tipico: applicare nuovamente il titolo a una moneta già dichiarata come 1 oz fine.

Dato	Domanda	Esempio
Peso lordo	Quanto pesa l'oggetto completo?	Sovereign: circa 7,98 g.
Titolo	Quale quota è oro/argento/platinum?	Sovereign: 916,7/1000.
Peso fino	Quanto metallo puro contiene?	$7,98 \times 0,9167 = \text{circa } 7,32 \text{ g Au.}$
Peso dichiarato fine	Il produttore garantisce già il fino?	Krugerrand 1 oz: contiene 1 oz fine, non 0,9167 oz.

Errore grave

Una moneta da 1 oz fine in lega 22K ha peso lordo superiore a 31,103 g. Non bisogna ridurre nuovamente l'oncia fine moltiplicando per 0,9167.

02

Formule e conversioni

Calcolare senza ambiguità e senza unità miste

Formula	Uso	Esempio
$\text{Peso fino} = \text{lordo} \times \text{titolo}$	Monete/lingotti con lordo e finezza.	$6,45 \text{ g} \times 0,900 = 5,805 \text{ g fino.}$
$\text{Valore metallo} = \text{fino} \times \text{EUR/g}$	Valore teorico del metallo.	$5,805 \times 100 \text{ EUR/g} = 580,50 \text{ EUR.}$
$\text{Grammi} = \text{oz t} \times 31,1034768$	Conversione troy.	$1 \text{ oz t} = 31,1034768 \text{ g.}$
$\text{Oz t} = \text{grammi} / 31,1034768$	Confronto internazionale.	$100 \text{ g} = \text{circa } 3,215 \text{ oz t.}$
$\text{Titolo} = \text{peso fino} / \text{lordo}$	Verifica matematica.	$31,103 / 33,931 = 0,9167.$
$\text{Premio \%} = (\text{prezzo} - \text{metallo}) / \text{metallo} \times 100$	Misura del premium.	$630 \text{ su } 580,50 = \text{circa } 8,5\%.$

2.1 Precisione e arrotondamenti

- Mantenere almeno 4-6 decimali nei calcoli interni; arrotondare solo alla fine.
- Scrivere sempre l'unità: g, kg, oz t, EUR/g, EUR/oz.
- Usare la finezza effettiva dichiarata (es. 999,9 = 0,9999), non "1" per comodità nei calcoli di audit.
- Separare valore teorico, massimo pagabile e offerta cliente.
- Per monete usurate, il peso reale misurato prevale nel calcolo metallico, ma l'autenticità va valutata con tolleranze e specifiche dell'emissione.

Esercizio

Lingotto da 20 g, titolo 999,9, riferimento 95 EUR/g: valore teorico = $20 \times 0,9999 \times 95 = 1.899,81 \text{ EUR}$. Questo non è automaticamente il prezzo pagabile.



02

Tolleranze, usura e strumenti

Un numero corretto può essere compatibile, non conclusivo

Fenomeno	Effetto sulla misura	Gestione
Usura da circolazione	Riduce massa e nitidezza del rilievo.	Confrontare con epoca, grado e tolleranze; non rifiutare automaticamente.
Sporco/incrostazioni	Aumenta peso e volume apparente.	Non pulire monete collezionistiche; documentare e specialista.
Bilancia non calibrata	Errore sistematico su ogni oggetto.	Controllo giornaliero con pesi campione.
Calibro inclinato	Diametro/spessore falsati.	Misurare più assi e ripetere.
Confezione	Impedisce misura diretta.	Valutare se aprire distrugge valore o prova di integrità.
Temperatura/bolle	Alterano densità e conducibilità.	Stabilizzare, ripetere e registrare condizioni.

Principio

La tolleranza non è una scusa per accettare qualsiasi scostamento. È un intervallo da usare insieme a geometria, metallo, superficie e provenienza.

03

Valore metallico, premio e spread

Decidere il prezzo senza distruggere valore commerciale

3. Il prezzo ha più strati

PREZZO DI MERCATO = più componenti, non soltanto il metallo

VALORE NUMISMATICO

rarità, conservazione, varietà, provenienza

PREMIO COMMERCIALE

domanda, liquidità, disponibilità

PREMIO INDUSTRIALE

coniazione, distribuzione, formato

VALORE METALLICO

peso fino x prezzo del metallo

Componente	Come nasce	Stabilità
Valore metallico	Peso fino x quotazione del metallo.	Variabile con il mercato.
Premio di fabbricazione	Coniazione, raffinazione, packaging, distribuzione.	Dipende da formato e produttore.
Premio di liquidità	Facilità di vendita e riconoscibilità.	Cambia per area e fase di mercato.
Valore numismatico	Rarità, grado, domanda, provenienza, varietà.	Può essere molto volatile e specialistico.
Sconto/rischio	Costi di verifica, scarsa liquidità, confezione danneggiata.	Specifica del caso.

Errore da evitare

Usare il prezzo al dettaglio visto online come valore garantito di riacquisto. Chiedere sempre: prezzo di vendita, prezzo effettivo di acquisto, disponibilità, condizioni e data.

03

Premium e liquidità

Quando il formato conta quanto il metallo

Fattore	Tende ad aumentare il premio	Tende a ridurlo
Formato	Piccoli tagli, monete note, pezzi frazionari.	Barre grandi o formati poco liquidi.
Marchio	Zecca/raffineria riconosciuta, rete di rivendita.	Produttore non verificabile.
Confezione	Assay card integra e seriale coerente.	Blister aperto/manomesso.
Mercato	Domanda elevata e scarsità temporanea.	Eccesso di offerta o spread alto.
Condizione	Bullion integro; proof completo di scatola/COA.	Graffi, pulizia, danni, set incompleto.
Rarità	Bassa tiratura, anno/zecca/variante richiesta.	Data comune e conservazione bassa.

3.1 Prezzo OroActive: sequenza

1. Determinare il valore metallico con dati aggiornati.
2. Stabilire se esiste un premio reale e monetizzabile, non solo teorico.
3. Applicare costi di verifica, rischio, stoccaggio e liquidità.
4. Definire massimo pagabile e prezzo consigliato secondo policy.
5. Se il premio non è valutabile internamente, separare metallo e componente numismatica e chiedere specialista.

Formula cliente

“Il valore del metallo è una base. Questa moneta può avere anche un premio, ma prima dobbiamo verificare anno, zecca, conservazione e domanda reale.”

04

Anatomia e classificazione delle monete

Leggere il prodotto prima di misurarlo

4. Anatomia tecnica della moneta



Schema didattico - non riproduce una moneta reale

DRITTO / ROVESCIO

identificare il lato e il tipo corretto

BORDO

rigato, liscio, letterato; altezza e continuità

DIAMETRO E SPESSORE

misurare più assi; confrontare con specifica

ASSE DI CONIAZIONE

orientamento relativo dei due lati

SUPERFICIE

usura, lucidatura, colpi, pulizia, porosità

Elemento	Cosa osservare	Possibile anomalia
Dritto/rovescio	Ritratto, emblema, legenda, firma, anno.	Dettagli molli, elementi errati, font incoerente.
Bordo	Rigatura, lettere, spazi, orientamento.	Giunzioni, ripetizioni, profondità anomala.
Rilievo	Nitidezza, altezza, usura naturale.	Aspetto fuso, porosità, bordi arrotondati.
Campo	Lucentezza, segni, hairlines, patina.	Lucidatura, abrasione, superficie artificiale.
Zecca/mintmark	Posizione, forma, presenza per l'anno.	Aggiunta, rimossa o modificata.
Asse	Orientamento dritto-rovescio.	Rotazione non prevista per il tipo.

Non pulire

La pulizia può cancellare patina e tracce diagnostiche, creare hairlines e ridurre drasticamente il valore numismatico. Fotografare e conservare lo stato ricevuto.

04

Bullion, proof, BU e circolata

La finitura cambia il rischio e il prezzo

Classe	Caratteristiche	Impatto operativo
Bullion	Produzione per investimento, finitura standard, quantità elevate.	Valore vicino al metallo + premio di mercato.
Brilliant Uncirculated (BU)	Aspetto non circolato, qualità superiore al normale bullion.	Verificare confezione e standard della zecca.
Proof	Coniazioni multiple, fondi/specchi e rilievi curati, tiratura limitata.	Scatola, certificato, capsule e difetti influenzano il valore.
Reverse Proof / special finish	Superfici invertite o trattamenti particolari.	Non confondere con replica o moneta comune.
Circolata	Usura, colpi, sporco e perdita di dettagli.	Il peso può calare; il grado determina il premio.
Slab/gradata	Sigillata da servizio terzo con grado e numero.	Verificare numero, holder, label e corrispondenza.

Regola

Una moneta proof non deve essere estratta dalla capsula, toccata o testata come rottame. Se non puoi valutarla senza danneggiarla, sospendi.

05

Sterline e Sovereign

Specifiche, frazioni, usura e valore storico

5. Sovereign: standard moderno di riferimento

Formato	Titolo	Peso lordo nominale	Diametro	Peso fino circa
Sovereign	916,7 (22K)	7,98 g	22,05 mm	7,32 g Au
Half-Sovereign	916,7 (22K)	3,99 g	19,30 mm	3,66 g Au
Quarter-Sovereign	916,7 (22K)	circa 2,00 g	13,50 mm	circa 1,83 g Au
Double-Sovereign	916,7 (22K)	15,98 g	28,40 mm	circa 14,65 g Au

Riferimento tecnico: The Royal Mint, Gold Sovereign Sizes and Weights: Sovereign 7,98 g / 22,05 mm; Half 3,99 g / 19,30 mm; alloy 916,7 Au.

5.1 Controlli prioritari

- Identificare formato esatto: full, half, quarter, double o five-sovereign.
- Controllare anno, ritratto, zecca e disegno del rovescio previsti per l'emissione.
- Misurare peso, diametro e spessore; considerare usura plausibile senza trasformarla in tolleranza illimitata.
- Esaminare bordo, rilievi, lettere e superficie con lente 10x.
- Separare il valore metallico dal possibile premio per anno/zecca/conservazione.

Attenzione

Il colore rosso/giallo della lega può variare con la composizione. Il colore non corregge una misura fuori specifica e non sostituisce l'autenticazione.

05

Sovereign: falsi e casi numismatici

Quando il peso non basta

Red flag	Interpretazione corretta	Azione
Peso leggermente basso	Possibile usura o problema; serve il quadro completo.	Confrontare anno, rilievi, bordo, spessore e tolleranze.
Peso corretto, diametro alto	Possibile lega meno densa o copia.	Misurare spessore/densità e specialista.
Data/zecca rara	Possibile premio elevato o alterazione.	Non pagare a peso; catalogo e numismatico.
Superficie brillante con hairlines	Possibile pulizia/lucidatura.	Riduzione valore collezionistico; documentare.
Bordo incoerente	Possibile falso fuso/coniato o bordo lavorato.	Stop e confronto con esemplare/spec ufficiale.
Slab con numero valido ma moneta diversa	Possibile holder/label contraffatti.	Verificare immagini, dati e caratteristiche fisiche.

Caso studio 5A

Scenario: Sovereign 1893, 7,90 g, bordo molto consumato, ritratto coerente. Il cliente chiede prezzo da rarità.

Metodo: non concludere sul solo peso; documentare, verificare zecca/variante, grado e mercato.

L'usura può spiegare una parte dello scostamento, ma il premio richiede specialista.

Decisione

Se il possibile premio supera la soglia di autonomia del commesso, la pratica deve essere sospesa anche se l'autenticità metallica appare probabile.

06

Marenghi e famiglia 20 franchi

Standard tipici, varianti e rischio numismatico

6. Il termine “Marengo” è operativo, non sempre preciso

Nel linguaggio commerciale italiano “Marengo” viene spesso usato per monete d’oro della famiglia 20 franchi e standard affini della Latin Monetary Union. Le specifiche nominali tipiche sono circa 6,45 g lordi, titolo 900/1000 e circa 5,81 g di oro fino, con diametro intorno a 21 mm. Esistono però emissioni, zecche, anni e denominazioni diverse: identificare sempre l’esemplare reale.

Parametro tipico	Valore orientativo	Nota
Peso lordo	circa 6,45 g	Verificare specifica dell’emissione e usura.
Titolo	900/1000	Oro fino circa 90% del lordo.
Peso fino	circa 5,806 g	6,45 x 0,900.
Diametro	circa 21 mm	Può variare leggermente per tipo/zecca.
Valore facciale	spesso 20 franchi o equivalente	Non determina il valore di mercato attuale.

Riferimento tecnico: Valori tipici della famiglia 20 franchi/standard LMU; verificare cataloghi e fonti ufficiali per anno, Stato e zecca.

Rischio di linguaggio

Non registrare semplicemente “Marengo”. Scrivere Stato, valore facciale, anno, zecca/mintmark, tipo, peso, diametro e stato.

06

Marenghi: differenze che cambiano il prezzo

Anno, zecca, variante e conservazione

Elemento	Perché conta	Controllo
Stato/emittente	Francia, Italia, Svizzera e altri tipi hanno mercati diversi.	Identificare legenda e stemma.
Anno	Alcune date sono comuni, altre rare o ristrette.	Catalogo aggiornato e popolazione.
Zecca/mintmark	Può cambiare rarità e autenticità.	Forma, posizione e abbinamento anno.
Variante	Ritratto, legenda, bordo, piccole differenze.	Confronto con riferimento specialistico.
Conservazione	Rilievi, lustro, graffi, pulizia.	Valutazione numismatica.
Montatura	Moneta saldata o trasformata in gioiello.	Danno, peso aggiunto, valore ridotto.

6.1 Caso studio 6A

Scenario: moneta "20 franchi" in ciondolo. Peso totale 8,20 g, cornice 750, moneta dichiarata 900.

Metodo: separare concettualmente moneta e montatura; non usare il peso totale come 900. Verificare se la saldatura ha danneggiato la moneta e se resta un premio numismatico.

Non trattare a peso

Date rare, varianti, conservazione elevata, patina originale, provenienza documentata o errori di conio devono essere valutati prima di qualsiasi prezzo da fusione.

07

Krugerrand

22K, 1 oz fine e peso lordo superiore all'oncia

7. La logica che evita il doppio errore

Parametro 1 oz	Valore nominale standard	Significato
Metallo fino	1 troy oz = 31,1034768 g Au	È l'oro puro contenuto.
Titolo	916,67/1000 (22K)	Lega con rame per maggiore resistenza.
Peso lordo	circa 33,930 g	Superiore all'oncia perché include la lega.
Diametro	circa 32,69 mm	Verificare specifica dell'anno/tipo.
Valore facciale	non espresso come numero sul tipo classico	Il valore segue il contenuto d'oro.

Riferimento tecnico: South African Mint, brochure Krugerrand e brochure numismatica 2016: 1 oz fine gold, 22 ct, massa circa 33,930 g, diametro circa 32,69 mm.

Calcolo corretto

Il valore metallico della 1 oz Krugerrand parte da 31,1034768 g di oro fino. Non da 33,93 g x 1, e non da 31,103 g x 0,9167.

7.1 Bullion e proof

- Bullion: prodotto d'investimento, normalmente senza certificato individuale e con finitura standard.
- Proof: tiratura e finitura da collezione, spesso con certificato e confezione; non trattare come bullion comune.
- Le frazioni 1/2, 1/4 e 1/10 oz mantengono la logica del peso fino dichiarato.
- La presenza di rame e il colore più caldo sono normali; non sono prova di autenticità.

07

Krugerrand: controlli e anomalie

Identità, geometria e superficie

Controllo	Coerenza attesa	Red flag
Peso lordo	Compatibile con taglio e titolo 22K.	Peso da 31,1 g su "1 oz gold" 22K o scostamento ampio.
Diametro/spessore	Profilo coerente con taglio.	Peso corretto ottenuto con geometria diversa.
Bordo	Rigatura uniforme e compatibile.	Giunzione, fusione, irregolarità ripetitive.
Rilievi	Dettagli netti, usura plausibile.	Porosità, lettere molli, campo granuloso.
Metallo	Risposta coerente con 22K.	Placcatura o composizione anomala.
Finitura	Bullion o proof identificata correttamente.	Proof senza COA venduta come rarità non verificata.

Caso 7A

Krugerrand 1 oz con peso 33,93 g ma spessore maggiore e conducibilità anomala: non accettare perché "il peso torna". Il falso può compensare densità e geometria; serve prova indipendente e possibile laboratorio.

08

Principali bullion moderne

Specifiche nominali e dispositivi di sicurezza

8. Confronto operativo 1 oz oro

Le dimensioni grafiche sono solo comparative: usare sempre le specifiche ufficiali dell'anno e del tipo.



SOVEREIGN



20 FRANCS



KRUGERRAND



MAPLE



PHILHARMONIKER

Moneta	Titolo	Peso / fino	Diametro	Caratteristica operativa
Gold Maple Leaf	999.9	31,11 g / 1 oz	30,00 mm	Linee radiali, micro-foglia, Bullion DNA su emissioni moderne.
Britannia	999.9	1 oz fine	32,69 mm	Microtesto, immagine latente, linee e animazione superficiale.
Vienna Philharmonic	999.9	31,10 g / 1 oz	37,00 mm	Diametro ampio, design strumenti musicali.
American Eagle	916.7	33,931 g / 1 oz fine	32,70 mm	22K; peso lordo superiore all'oncia fine.
American Buffalo	999.9	31,103 g / 1 oz	32,70 mm	Oro puro, design storico americano.
Australian Kangaroo	999.9	31,107 g / 1 oz	32,60 mm	Design annuale e caratteristiche di autenticazione della Perth Mint.

Riferimento tecnico: Royal Canadian Mint, Royal Mint, Austrian Mint, U.S. Mint e Perth Mint - specifiche ufficiali dei prodotti 1 oz. Verificare sempre anno e versione.

08

Maple Leaf e Britannia

Sicurezza integrata e verifica del tipo

Gold Maple Leaf

99,99% oro, 31,11 g e 30 mm nella versione 1 oz. Le emissioni moderne includono linee radiali, micro-foglia con anno e tecnologia Bullion DNA verificabile da rivenditori autorizzati.

Britannia

999,9, 1 oz fine, 32,69 mm. Le emissioni moderne usano microtesto, immagine latente tridente/lucchetto, linee di tincture e animazione superficiale.

Riferimento tecnico: Royal Canadian Mint 2026 Gold Maple Leaf; Bullion DNA. The Royal Mint 2026 Britannia 1 oz gold.

8.1 Controllo sicurezza

- Confrontare anno, ritratto, legenda e posizione del micro-elemento con la versione corretta.
- Le linee radiali devono essere regolari; una fotografia online non sostituisce il confronto fisico.
- La microincisione può richiedere ingrandimento e luce controllata.
- Una caratteristica di sicurezza presente non rende automaticamente autentico tutto il prodotto.
- Non usare sistemi proprietari senza accesso/autorizzazione e non dichiarare “verificata” una funzione non realmente controllata.

Red flag

Moneta con design 2026 ma micro-anno diverso, linee radiali grossolane o immagine latente non funzionante: sospendere e confrontare con fonte ufficiale.

08

Philharmoniker, Eagle e Kangaroo

Geometrie diverse, stessa oncia fine

Prodotto	Punto distintivo	Errore operativo tipico
Vienna Philharmonic 1 oz	999,9, 31,10 g, diametro 37 mm.	Scambiare il grande diametro per spessore insufficiente/falso.
American Eagle 1 oz	91,67% oro, lordo 33,931 g, 32,70 mm.	Valutare 33,931 g come oro puro.
Australian Kangaroo 1 oz	99,99%, 31,107 g, 32,60 mm, design annuale.	Usare un solo riferimento grafico per tutti gli anni.
American Buffalo 1 oz	99,99%, circa 31,103 g, 32,70 mm.	Confonderlo con Eagle 22K per dimensioni simili.

*Riferimento tecnico: Austrian Mint, U.S. Mint e Perth Mint - pagine ufficiali bullion.***Metodo**

Prima di misurare, selezionare la scheda tecnica corretta per anno, taglio, finitura e variante. Una specifica "1 oz gold coin" non è universale.

08

Tabella pratica: categorie di sicurezza

Non tutte le monete usano lo stesso linguaggio tecnico

Categoria	Esempi	Controlli prioritari
Alta purezza + microfeature	Maple Leaf, Britannia moderne.	Microincisione, linee, immagine latente, dimensioni.
22K con 1 oz fine	American Eagle, Krugerrand.	Lordo maggiore, titolo, geometria e superficie.
Design annuale	Kangaroo e serie simili.	Confronto corretto dell'anno, tiratura e dispositivo di autenticazione.
Design costante	Philharmoniker e alcune bullion.	Rilievi, bordo, diametro e qualità di conio.
Proof/limited	Edizioni speciali delle stesse serie.	COA, scatola, tiratura, finitura, capsule.

Non confondere

La tecnologia di sicurezza cambia nel tempo. Una moneta più vecchia può essere autentica anche senza le funzioni delle emissioni moderne; occorre usare la scheda del suo anno.

09

Argento, platino e palladio

Titolo alto, densità diverse e mercati meno uniformi

9. Bullion d'argento comuni

Moneta 1 oz	Titolo/peso	Diametro	Nota
Silver Maple Leaf	999.9 - 31,11 g	38,00 mm	Linee radiali, micro-foglia e MINTSHIELD su emissioni moderne.
American Silver Eagle	999 - 31,103 g	40,60 mm	Peso e purezza garantiti dal governo USA.
Silver Philharmonic	999 - circa 31,07 g	37,00 mm	Stesso tema della serie, geometria propria.
Silver Kangaroo	999.9 - circa 31,107 g	circa 40,90 mm	Verificare anno e versione.

Riferimento tecnico: Royal Canadian Mint, U.S. Mint, Austrian Mint e Perth Mint - specifiche ufficiali bullion argento.

9.1 Criticità dell'argento

- Premio percentuale e spread spesso superiori rispetto all'oro.
- Tendenza a ossidazione/patina: non pulire automaticamente.
- Peso elevato e dimensioni maggiori rendono comuni copie in metallo base o placcate.
- Il test magnetico può dare informazioni di conducibilità, ma non sostituisce densità e analisi.
- Barre grandi richiedono attenzione a cavità e composizione interna.

09

Platino e palladio

Prodotti di nicchia e strumenti dedicati

Metallo	Titolo tipico bullion	Densità indicativa	Rischio operativo
Platino	999.5	circa 21,45 g/cm ³	Molto denso; mercato e spread diversi dall'oro.
Palladio	999.5	circa 12,02 g/cm ³	Prezzo volatile, mercato meno liquido, test dedicati.
Oro	999.9	circa 19,32 g/cm ³	Tungsteno vicino in densità: attenzione ai nuclei.
Argento	999/999.9	circa 10,49 g/cm ³	Ampia diffusione di placcati e leghe simili.

Esempi ufficiali

Prodotto	Specifiche ufficiali di esempio
American Eagle Platinum 1 oz	99,95% Pt, circa 31,120 g, diametro 32,70 mm.
Platinum Philharmonic 1 oz	999,5 Pt, circa 31,10 g, diametro 37 mm.
American Eagle Palladium 1 oz	999,5 palladio; verificare anno e scheda ufficiale.

Policy

Un commesso non deve applicare automaticamente il profilo oro a platino o palladio. Quotazione, densità, conducibilità, liquidità e soglie di autorizzazione sono specifiche del metallo.

10

Valore numismatico e conservazione

Quando il metallo è solo il pavimento del prezzo

10. Fattori che possono superare il valore a peso

Fattore	Domanda operativa	Perché conta
Rarità	Quanti esemplari esistono e quanti arrivano sul mercato?	Scarsità reale e domanda possono amplificare il premio.
Anno/zecca	È una combinazione comune o rara?	La stessa tipologia può avere prezzi molto diversi.
Variante/errore	Esiste una differenza riconosciuta?	Richiede attribuzione specialistica.
Conservazione	Quanto rilievo, lustro e superficie originali restano?	Il grado può moltiplicare il valore.
Originalità	È stata pulita, lucidata, saldata, montata?	Interventi riducono autenticità collezionistica.
Provenienza	Esiste storia documentata o collezione nota?	Può aumentare fiducia e valore.
Packaging/COA	Set completo, scatola, capsule, certificato?	Importante per proof e tirature limitate.
Domanda	Esiste un mercato reale al prezzo dichiarato?	Catalogo non equivale a realizzo.

Regola di prudenza

Se il possibile premio numismatico supera una quota significativa del valore metallico o la soglia aziendale, non quotare senza specialista.

10

Grado, pulizia e difetti

Leggere lo stato senza improvvisare una certificazione

Osservazione	Possibile significato	Azione
Lustro originale continuo	Conservazione alta possibile.	Maneggiare dai bordi, non pulire.
Hairlines parallele	Pulizia o sfregamento.	Documentare; riduce il premio.
Colpi sul bordo	Danno da circolazione/manipolazione.	Valutare severità e mercato.
Patina naturale	Storia superficiale, specie argento.	Non rimuovere; può essere apprezzata.
Porosità uniforme	Possibile fusione o corrosione.	Autenticazione prima del grado.
Montatura/saldatura	Uso come gioiello.	Separare danno e componenti aggiunti.
Graffi profondi	Danno permanente.	Riduzione valore; foto macro.

Confine professionale

Il commesso può descrivere lo stato e riconoscere red flag; non deve attribuire un grado numismatico ufficiale senza qualifica e procedura.

10

Slab, certificazioni e marketplace

La plastica non sostituisce la verifica

Controllo slab	Cosa verificare
Numero	Esiste nel database del servizio?
Descrizione	Anno, zecca, tipo, denominazione e grado coincidono?
Immagini	Se disponibili, la moneta coincide con foto e segni individuali?
Holder	Forma, saldature, ologrammi, label e font coerenti con epoca del servizio?
Peso/dimensioni	Non sempre misurabili in slab: aumenta la dipendenza da matching e provenienza.
Prezzo	Usare vendite reali comparabili, non solo richieste online.

Falso possibile

Esistono slab, etichette e numeri contraffatti o riciclati. Un numero valido associato a una moneta diversa è una red flag critica.

11

Lingotti retail e Good Delivery

Distinguere prodotto da banco e standard wholesale

11. Anatomia del lingotto retail



MARCHIO

deve corrispondere al produttore e al tipo

TITOLO / PESO

controllare unità, formato e grafica

SERIALE

bar, confezione e database devono coincidere

SUPERFICIE

spigoli, pori, rilievi, abrasioni, manomissioni

Schema generico: marchi e disposizione cambiano per produttore, epoca e formato.

Tipologia	Caratteristiche	Controllo prioritario
Coniato (minted)	Superfici regolari, bordi definiti, spesso in assay card.	Seriale, grafica, dimensioni, integrità confezione.
Fuso (cast)	Superficie e forma meno uniformi, marchi impressi.	Peso, titolo, porosità, marchi, geometria.
CombiBar / frazionabile	Unità separabili con marcature.	Peso totale, singole unità, confezione, seriali.
Kilobar	1 kg retail/istituzionale, spesso fuso.	Nucleo, ultrasuoni/conducibilità, seriale, provenienza.
Barra silver	Formati da 1 oz a grandi barre.	Densità, magnetismo/conducibilità, cavità.

Nota LBMA

Un lingotto prodotto da una raffineria presente nella Good Delivery List non diventa automaticamente "London Good Delivery". Dimensione, tipo e catena di custodia devono rispettare gli standard specifici.

11

London Good Delivery

Standard del mercato wholesale, non etichetta generica

Metallo	Peso/contenuto fine	Titolo minimo	Marcature principali
Oro	350-430 oz t fine, circa 10,9-13,4 kg; tipico ~400 oz.	995,0/1000	Seriale, assay/refiner, finezza, anno.
Argento	750-1100 oz t fine, circa 23-34 kg; range ideale 900-1050 oz.	999,0/1000	Seriale, assay/refiner, finezza, anno.
Platino/Palladio	Standard LPPM dedicati; barre wholesale.	tipicamente 999,5	Marchi e regole dedicate.

Riferimento tecnico: LBMA, London Good Delivery - Gold and Silver: pesi, finezza, marchi e requisiti fisici.

11.1 Conseguenze operative

- Una barra da 1 kg non è una Good Delivery gold bar di Londra, anche se il produttore è LBMA-listed.
- La lista LBMA riguarda raffinerie e prodotti conformi al sistema, non garantisce automaticamente ogni articolo retail visto sul mercato.
- Good Delivery è centrale per il wholesale e la fungibilità nei vault; il compro oro retail deve autenticare il singolo prodotto ricevuto.
- Le liste cambiano: verificare Current List e Former List al momento della pratica.

Errore commerciale

Non promettere al cliente “LBMA certificato” solo perché il logo del raffinatore appare su un blister. Registrare la fonte effettivamente verificata.

11

Formati retail e rischio

Più piccolo non significa più facile da autenticare

Formato	Vantaggio	Rischio
1 g - 5 g	Liquidità al dettaglio, regalo, frazionabilità.	Premium alto, confezione dominante, piccoli dettagli difficili.
10 g - 20 g	Equilibrio tra liquidità e premio.	Molti falsi di assay card e seriali.
1 oz	Standard globale e confronto facile.	Ampia contraffazione; verificare produttore e dimensioni.
50 g - 100 g	Premium più basso per grammo.	Valore elevato; rischio di nucleo e perdita alta.
250 g - 1 kg	Efficienza e mercato professionale.	Verifica interna essenziale; maggiore soglia di autorizzazione.
Barre storiche/vintage	Possibile premio da collezione.	Non fondere o incidere prima di valutazione specialistica.

Quando non trattare a peso

Barre rare, vintage, di raffinerie storiche, con punzoni particolari, provenienza documentata o packaging originale possono avere premio collezionistico.

12

Blister, seriali e certificati

Matching, integrità e verifica della fonte

12. Il blister è una catena di corrispondenze

Il blister è una parte dell'evidenza, non una garanzia assoluta di autenticità.



Una confezione contraffatta può contenere un falso; una confezione autentica può essere stata manomessa.

Elemento	Coerenza attesa	Red flag
Seriale	Identico su lingotto, card, certificato e database se previsto.	Digitazione diversa, font irregolare, seriale duplicato.
Sigillo	Saldatura uniforme, nessuna apertura o delaminazione.	Bolle, tagli, ricollaggio, colla, bordo non uniforme.
Grafica	Colori, font, microtesti e ologrammi coerenti con l'epoca.	Qualità bassa, errori, elementi di versioni diverse.
QR/link	Dominio ufficiale e pagina coerente.	Sito clone, redirect, dominio simile.
Peso/dimensioni	Compatibili con scheda e imballo.	Confezione troppo spessa o peso complessivo anomalo.
Documento	Produttore, titolo, peso, seriale, firma/assay.	Documento generico o non collegato al pezzo.

Nessun automatismo

Un blister integro riduce alcuni rischi ma non prova la composizione interna. Un blister aperto non rende falso il lingotto, ma cambia rischio, premio e metodo di verifica.

12

Certificato, COA e assay card

Capire che cosa certifica davvero il documento

Documento	Cosa può attestare	Cosa non attesta da solo
Assay card	Peso/titolo e identità del lingotto confezionato.	Che confezione e contenuto non siano stati sostituiti.
Certificate of Authenticity	Edizione, tiratura, finitura, specifiche.	Valore di mercato o assenza di falsi.
Fattura/ricevuta	Provenienza commerciale dichiarata.	Autenticità tecnica del bene.
Certificato numismatico	Attribuzione/grado da soggetto specializzato.	Che l'holder non sia falso o manomesso.
Report di laboratorio	Risultato su campione/metodo/data.	Che il documento si riferisca al pezzo presente se manca matching.

12.1 Regola dei cinque match

1. Produttore e prodotto.
2. Peso e titolo.
3. Seriale e identificativi.
4. Aspetto fisico e misure.
5. Confezione/documento e fonte di verifica.

Stop rule

Se il certificato è corretto ma il pezzo non coincide, il documento non “copre” l'oggetto: bloccare e documentare il mismatch.

13

Controllo dimensionale e densità

Pesare, misurare e confrontare senza farsi ingannare

13. Sequenza standard

La coerenza nasce dall'insieme: peso corretto con spessore errato è una red flag, non un dettaglio.



Usura, sporco, confezione, temperatura, bolle e strumenti non tarati possono alterare le misure.

Strumento	Standard operativo	Errore comune
Bilancia 0,01/0,001 g	Piano stabile, azzeramento, peso campione, unità corretta.	Usare bilancia non verificata o pesare con capsula.
Calibro	Misurare diametro su più assi e spessore in più punti.	Stringere, inclinare o misurare sul rilievo.
Micrometro	Spessori fini con pressione controllata.	Danneggiare superfici proof o molli.
Kit idrostatico	Volume spostato e acqua controllata.	Bolle, filo, temperatura, oggetto cavo o sporco.
Lente/microscopio	Illuminazione obliqua e confronto.	Confondere usura, pulizia e difetto di conio.

Formula densità

Densità = massa / volume. Il risultato è un dato di coerenza, non una prova assoluta: cavità, leghe e nuclei possono alterarlo o imitarlo.

13

Densità idrostatica

Quando usarla e quando può ingannare

Condizione	Effetto	Gestione
Moneta/lingotto massiccio non sigillato	Buona applicabilità.	Ripetere e confrontare con lega attesa.
Oggetto cavo	Volume apparente non rappresenta metallo.	Metodo non conclusivo.
Incrostazioni/sporco	Aumentano volume/peso in modo non uniforme.	Non pulire se collezionistico; specialista.
Bolle d'aria	Aumentano volume spostato e abbassano densità calcolata.	Eliminare bolle e ripetere.
Acqua/temperatura	Cambia densità del liquido.	Procedura standard e compensazione se prevista.
Nucleo ad alta densità	Può avvicinarsi al valore dell'oro.	Integrare con conducibilità/ultrasuoni.
Blister/capsula	Impossibile misura diretta affidabile.	Non aprire senza decisione sul valore/premio.

13.1 Esempio di calcolo

Massa 31,11 g; volume misurato 1,61 cm³: densità circa 19,32 g/cm³. Il valore è coerente con oro puro, ma non dimostra da solo autenticità, titolo uniforme o assenza di nucleo.

Decisione

Se densità, dimensioni e risposta strumentale non convergono, non scegliere il risultato che "conviene": sospendere.

14

Metodi avanzati

XRF, conducibilità, ultrasuoni e laboratorio

Metodo	Cosa misura	Punto forte	Limite critico
XRF	Composizione elementare superficiale.	Rapido e non distruttivo.	Può non vedere un nucleo profondo.
Conducibilità / eddy current	Risposta elettrica attraverso un profilo.	Utile su bullion con profili noti.	Serve calibrazione, temperatura e geometria corretta.
Ultrasuoni	Velocità/eco nel materiale.	Può mostrare interfacce e spessori interni.	Richiede formazione, accoppiamento e interpretazione.
Magnete al neodimio	Ferromagnetismo e risposta induttiva qualitativa.	Screening rapido.	Molti falsi non sono magnetici; risultato soggettivo.
Acidi/pietra	Reazione superficiale del metallo.	Utile su gioielli/rottami.	Distruttivo, inadatto a monete/lingotti collezionistici.
Saggio/laboratorio	Analisi definitiva secondo metodo.	Massima affidabilità.	Costi, tempi e possibile campionamento.

Gerarchia

Per prodotti di alto valore usare metodi indipendenti: identità + geometria + composizione + struttura interna + documenti.

14**XRF e strumenti elettronici**

Usare il profilo corretto e registrare il metodo

14.1 XRF

- Pulire solo in modo non invasivo e autorizzato il punto di misura; evitare contaminazioni evidenti.
- Eseguire più punti, soprattutto su barre grandi e zone lontane da marchi/saldature.
- Registrare strumento, calibrazione, tempo, punto, risultato e incertezza.
- Un risultato 999,9 superficiale non esclude un nucleo interno diverso.

14.2 Conducibilità / strumenti bullion

- Selezionare profilo esatto per metallo, titolo, prodotto e spessore.
- Evitare letture attraverso confezioni non supportate o con distanze non previste.
- Controllare temperatura e zero; ripetere su più orientamenti.
- Un esito fuori range è una red flag; un esito dentro range deve convergere con misure e identità.

14.3 Ultrasuoni

- Usare sonde, accoppianti e tarature adeguate al metallo e allo spessore.
- Cercare echi inattesi, discontinuità e velocità incompatibili.
- Non interpretare senza formazione: geometria, superficie e struttura del lingotto influenzano il segnale.

Audit trail

La frase “passa il tester” non è una registrazione tecnica. Salvare cosa è stato testato, con quale profilo, dove e con quale risultato.

15

Falsi e riproduzioni di monete

Riconoscere la tecnica senza imparare a fabbricarla

15. Famiglie di contraffazione

Tipo	Segni possibili	Controllo
Copia fusa	Porosità, dettagli molli, linea di giunzione, bordo irregolare.	Lente, confronto rilievi, peso/misure.
Copia coniata	Dettagli più netti ma geometria/font/relief errati.	Confronto con fonte ufficiale e strumenti.
Metallo base placcato	Colore/usura, densità e conducibilità incompatibili.	Misure, densità, XRF multipunto.
Lega di titolo inferiore	Peso/geometria possono essere compensati.	Composizione e confronto finezza.
Data/zecca alterata	Superficie lavorata, font/posizione non coerenti.	Microscopia e catalogo specialistico.
Bordo rifatto	Lettering irregolare, giunzioni, profondità anomala.	Macro e confronto rotazionale.
Replica dichiarata	Può recare COPY o altro segno.	Non valorizzare come originale; verificare metallo separatamente.
Slab/COA falso	Numero clonato, holder e label anomali.	Database, immagini e matching.

Neutralità

Non accusare il cliente. Descrivere fatti: “peso e spessore non coincidono con la specifica”, non “lei sta portando un falso”.

15

Bordo, rilievi, font e asse

Il falso spesso fallisce nei dettagli ripetibili

Area	Metodo di lettura	Red flag
Bordo rigato	Numero/ritmo delle righe, verticalità, continuità.	Righe irregolari, fusione, zone piatte.
Bordo letterato	Testo, spazi, orientamento, segni separatori.	Errori ortografici, profondità, giunzioni.
Font	Forma di numeri e lettere, grazie, proporzioni.	Data con stile diverso, cifre ritoccate.
Rilievo	Altezza e transizioni.	Dettagli molli o troppo taglienti per il tipo.
Asse	Rotazione prevista tra dritto e rovescio.	Orientamento incompatibile con emissione.
Superficie	Flusso del metallo, lustro, patina.	Porosità, bolle, granulosità da fusione.

Strumento semplice

Fotografare bordo e rilievi con luce radente e scala. Il confronto affiancato con una fonte corretta è più affidabile della memoria visiva.

15

Monete false: workflow

Dalla red flag alla decisione tracciabile

MATRICE DI COERENZA: quattro domini indipendenti prima del prezzo

IDENTITÀ	MISURE	METALLO	DOCUMENTI
tipo, anno, zecca	peso, diametro, spessore	titolo, densità, risposta	seriale, blister, report
coerente / dubbio / critico	coerente / dubbio / critico	coerente / dubbio / critico	coerente / dubbio / critico

Se un dominio è critico: sospendere e chiedere verifica superiore.

Esito	Condizione	Azione
Verde	Identità, misure, metallo e documenti convergono.	Prezzo secondo policy e controllo qualità.
Ambra	Scostamento spiegabile ma non risolto; possibile premio.	Sospensione, specialista o prova aggiuntiva.
Rosso	Contraddizione critica, falso probabile o documento alterato.	Non acquistare; conservare evidenze e escalation.

Stop rule

Data/zecca rara, valore elevato, slab non verificabile, dimensione critica o test discordanti: il caso esce dall'autonomia del commesso.


16

Falsi e nuclei interni nei lingotti

Superficie autentica, interno diverso e packaging ricostruito

16. Il limite dei test superficiali

SEZIONE DI UN LINGOTTO COMPOSITO

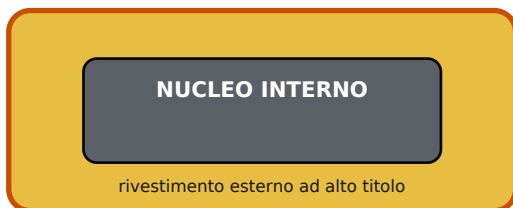

- **XRF superficiale**
può leggere solo il rivestimento
- **Peso e volume**
possono essere imitati con materiali densi
- **Ultrasuoni / conducibilità**
possono evidenziare interfacce o risposta anomala
- **Escalation**
nessun test singolo basta su alto valore

Schema concettuale: non fornisce istruzioni di fabbricazione; serve a comprendere i limiti dei test superficiali.

Schema di frode	Red flag	Metodo complementare
Placcatura su metallo base	Usura, colore, densità, XRF variabile.	XRF multipunto + peso/misure.
Nucleo ad alta densità	Peso e volume plausibili, superficie corretta.	Conducibilità/ultrasuoni + provenienza.
Cavità/riempimento	Suono/eco, peso compensato, geometria.	Ultrasuoni, densità, radiografia/lab se autorizzato.
Assay card falsa	Grafica/seriale/domain incoerenti.	Matching e verifica fonte.
Barra sostituita	Card autentica manomessa.	Sigilli, saldature, peso complessivo, seriale.
Marchio contraffatto	Font, profondità, layout e superficie errati.	Confronto versione/epoca e produttore.

Valore elevato

Per barre da 100 g, 250 g, 500 g o 1 kg la soglia di rischio cresce: richiedere sempre protocollo interno e autorizzazione specifica.

16

Lingotti: controlli per formato

Il metodo cambia con dimensione, confezione e valore

Formato	Set minimo di controlli	Quando escalare
1-5 g in blister	Grafica, seriale, sigilli, peso complessivo, fonte.	Qualsiasi manomissione o seriale non verificabile.
10-50 g coniato	Blister + dimensioni + XRF/conducibilità supportata.	Risultati discordanti o confezione ricostruita.
1 oz / 100 g	Peso, dimensioni, composizione, conducibilità, seriale.	Valore sopra soglia o risposta interna dubbia.
250 g - 1 kg	Protocollo completo con struttura interna.	Sempre secondo policy; laboratorio/raffineria.
Fuso vintage	Marchi, superficie, peso, provenienza, possibile premio.	Prima di incisione o fusione.
Argento grandi barre	Peso, dimensioni, densità, magneti/conducibilità.	Cavità, saldature o mercato non chiaro.

Non incidere

Un taglio o foro può distruggere packaging, premio e valore storico. I test distruttivi sono ultima risorsa, solo con consenso e autorizzazione.

17

Workflow operativo, pricing e cliente

Ricezione, evidenze, prezzo e custodia

17. Catena di tracciabilità

Tracciabilità = chi ha ricevuto, cosa è stato misurato, con quale strumento e perché si è deciso.*Non pulire, non aprire e non alterare un oggetto prima di fotografarlo e valutarne il valore collezionistico.*

Fase	Dati minimi
Ricezione	Cliente, dichiarazione, quantità, provenienza dichiarata, eventuali documenti.
Identificazione	Tipo, anno, zecca, taglio, finitura, produttore, seriale.
Foto	Dritto/rovescio/bordo o fronte/retro/barra/card; scala e dettagli.
Misure	Peso, diametro, spessore, titolo e strumenti usati.
Valutazione	Metallo fino, spot, premium, spread, rischio, comparabili.
Decisione	Offerta, sospensione, responsabile, motivazione.
Custodia	Etichetta univoca, busta/box, posizione e accessi.

Pratica difendibile

Un altro operatore deve poter ricostruire l'identità del prodotto e ripetere il ragionamento senza affidarsi alla memoria di chi lo ha ricevuto.

17

Pricing operativo

Dal metallo fino al prezzo cliente

Passaggio	Formula/decisione
1. Metallo fino	Peso lordo x titolo, oppure fine weight dichiarato e verificato.
2. Valore metallico	Peso fino x quotazione di riferimento.
3. Premio riconoscibile	Mercato reale, formato, marchio, confezione, liquidità.
4. Valore numismatico	Solo se identificato e monetizzabile; altrimenti specialista.
5. Costi e rischio	Verifica, stoccaggio, spread, volatilità, uscita.
6. Massimo pagabile	Limite policy che preserva margine e sicurezza.
7. Offerta cliente	Prezzo trasparente, motivato e registrato.

17.1 Esempio Sovereign comune

Peso misurato 7,96 g, titolo 916,7: fino circa 7,30 g. Con oro a 100 EUR/g il metallo vale circa 730 EUR. Il prezzo cliente dipende da autenticità, liquidità, premio reale, usura, costi e policy; non coincide automaticamente con 730 EUR.

Esempio Krugerrand

Se la moneta è 1 oz fine autentica, il metallo è 31,1034768 g Au. Il peso lordo 33,93 g non va moltiplicato per il prezzo dell'oro puro.

17

Comunicazione con il cliente

Spiegare senza promettere e senza svalutare

Situazione	Formula professionale
Prezzo inferiore allo spot	“La quotazione indicata è il valore del metallo puro; l’offerta considera peso fino, verifica, spread, costi e policy.”
Possibile numismatica	“Potrebbe esserci un valore ulteriore: per non penalizzarla dobbiamo verificare anno, zecca e conservazione.”
Blister manomesso	“La confezione non è più integra; serve un controllo tecnico aggiuntivo prima del prezzo.”
Misure discordanti	“Peso e dimensioni non coincidono con la scheda del prodotto; la pratica va sospesa.”
Test non conclusivo	“Un singolo test non basta per concludere correttamente.”
Rifiuto/sospensione	“Non possiamo attribuire un valore definitivo senza verifica superiore.”

Neutralità

Comunicare il dato, non accusare. “Non coerente con la specifica” è corretto; “è sicuramente falso” richiede una conclusione specialistica.

18**Casi studio I**

Sterline, Marenghi e bullion moderne

Caso 18A - Sovereign comune usurata

Scenario: 7,92 g, diametro coerente, rilievi molto consumati, bordo regolare, XRF 22K.

Decisione: possibile usura; calcolare metallo sul peso reale, ma completare autenticazione e verificare se anno/zecca hanno premio.

Caso 18B - “Marengo” senza identificazione

Scenario: 6,44 g, 900, circa 21 mm, legenda non familiare.

Decisione: non registrare genericamente. Identificare Stato, denominazione, anno e zecca; sospendere il premio.

Caso 18C - Krugerrand 1 oz a 31,10 g

Scenario: il venditore dice “un’oncia”, ma la moneta 22K pesa quanto il solo fino.

Decisione: scostamento critico: una 1 oz Krugerrand ha lordo superiore; non accettare senza verifica specialistica.

Caso 18D - Maple Leaf moderna

Scenario: peso e diametro corretti, micro-foglia non leggibile e linee radiali grossolane.

Decisione: stop; confrontare anno e sicurezza ufficiale, test indipendenti.

Compito

Per ogni caso compilare: identità, specifica usata, misure, test, possibile premio, stop rule e frase cliente.

18**Casi studio II**

Lingotti, blister, seriali e nuclei

Caso 18E - Lingotto 10 g in assay card

Scenario: seriale card e bar differiscono di una cifra; QR apre un dominio simile ma non ufficiale.

Decisione: non acquistare; salvare prova del dominio, foto e mismatch.

Caso 18F - Barra 100 g aperta

Scenario: peso e XRF superficiale 999,9; conducibilità fuori profilo.

Decisione: possibile struttura interna anomala; ultrasuoni/laboratorio e responsabile.

Caso 18G - Kilobar LBMA “certificato”

Scenario: cliente sostiene che ogni kilobar di raffineria LBMA sia Good Delivery.

Decisione: spiegare che il kilobar retail non è automaticamente London Good Delivery; autenticare il pezzo e verificare refiner/lista.

Caso 18H - Barra vintage

Scenario: 50 g, marchio storico, superficie originale, nessun blister.

Decisione: prima di incidere o fondere, verificare premio collezionistico e provenienza.

Stop rule

Un seriale non verificabile o una risposta interna discordante prevale su peso e XRF superficiale.



18

Casi studio III

Argento, proof, slab e mercato

Caso	Punti critici	Decisione
Silver Eagle con patina	Peso e dimensioni coerenti; patina naturale.	Non pulire; autenticare e valorizzare come bullion/collezione.
Proof senza COA	Moneta autentica probabile, set incompleto.	Separare autenticità da valore del set; comparabili reali.
Slab con numero valido	Immagini database non coincidono.	Holder/label possibile falso; non acquistare come certificata.
Moneta rara montata	Saldature e cornice 750.	Valutare danno, metallo aggiunto e premio residuo.
Platinum coin	Profilo oro usato per tester.	Misura non valida; selezionare metallo/profilo e responsabile.
Lotto ereditato	Monete miste, alcune bullion, alcune medaglie.	Separare e identificare prima di aggregare peso.

Obiettivo

La velocità nasce dalla classificazione corretta, non dal mettere tutto sulla bilancia insieme.

18**Check-list monete**

Scheda rapida stampabile da banco

Identità

- Stato/emittente, denominazione, anno, zecca/mintmark, tipo e finitura.
- Dritto, rovescio, bordo, asse e legenda coerenti con riferimento.
- Bullion, storica comune, proof/BU, slab o possibile numismatica.

Misure e metallo

- Peso con bilancia verificata; capsula/confezione esclusa o registrata.
- Diametro e spessore su più punti; tolleranze e usura considerate.
- Titolo/peso fino calcolati senza doppio conteggio.
- Test non distruttivi coerenti con valore e superficie.

Valore e decisione

- Valore metallico separato da premio e numismatica.
- Comparabili reali e data del mercato registrati.
- Stop rule su data rara, misura critica, slab dubbio o premio sopra soglia.
- Foto dritto/rovescio/bordo e note allegate.

Regola finale monete

Se non puoi spiegare perché una moneta vale più del metallo, non attribuire il premio. Se sospetti che valga di più, non distruggerla: sospendi.

18**Check-list lingotti**

Scheda rapida stampabile da banco

Identità e confezione

- Produttore, formato, peso, titolo, seriale, tipo fuso/coniato.
- Blister/assay card: sigilli, saldature, delaminazioni, font e ologrammi.
- Seriale coerente su bar, card, certificato e fonte.
- QR/link su dominio ufficiale; screenshot e data se verificati.

Misure e struttura

- Peso e dimensioni confrontati con specifica del produttore.
- XRF multipunto per superficie; conducibilità/profilo quando supportato.
- Ultrasuoni o laboratorio per barre grandi/valore alto secondo policy.
- Nessun test distruttivo prima di autorizzazione e valutazione del premio.

Decisione

- Metallo fino e valore teorico calcolati.
- Premio marchio/formato verificato su mercato reale.
- Dati discordanti = sospensione, non media arbitraria.
- Custodia ed evidenze tracciate dopo ricezione.

Regola finale lingotti

Peso, seriale e confezione possono essere tutti imitati. La decisione robusta usa prove indipendenti e una catena di custodia chiara.

18

Esame finale

Dimostrare metodo, calcolo e stop rule

Prova	Contenuto	Soglia suggerita
Quiz teorico	40 domande su specifiche, calcolo, premium, falsi e documenti.	80%.
Riconoscimento	12 immagini/schemi di monete, bordi, blister e lingotti.	10/12 motivate.
Calcoli	6 esercizi peso fino, premio, spread e massimo pagabile.	5/6 corretti.
Laboratorio monete	4 monete demo con almeno un caso numismatico.	Sequenza e stop rule corrette.
Laboratorio lingotti	3 prodotti con confezione, seriale e test.	Evidenze e decisione corrette.
Colloquio	Spiegare al cliente prezzo, dubbio e sospensione.	Idoneo.

Certificazione interna

Il superamento attesta competenza nel protocollo OroActive. Non conferisce qualifica di numismatico, perito, saggista, consulente finanziario o fiscale.

Domande aperte campione

1. Spiega la differenza tra peso lordo e peso fino usando una Sovereign e una Krugerrand.
2. Perché un kilobar di raffineria LBMA non è automaticamente una London Good Delivery bar?
3. Quali elementi rendono una moneta non valutabile solamente a peso?
4. Descrivi il matching di un lingotto in assay card.
5. Perché un XRF 999,9 non esclude un nucleo interno?
6. Come comunichi un mismatch tra misure e specifiche senza accusare il cliente?

**18****Quiz avanzato - parte I**

Selezionare la risposta più corretta

#	Domanda	A	B	C	D
1	La 1 oz Krugerrand contiene:	31,103 g lordi	1 oz fine in lega 22K	33,93 g fini	1 oz 999,9
2	Peso fino di 6,45 g a 900:	6,45 g	5,805 g	7,167 g	0,645 g
3	Premium significa:	Solo rarità	Prezzo meno metallo	Titolo	IVA sempre
4	Moneta proof senza COA:	Falsa	Sempre a peso	Valore del set ridotto da valutare	Uguale a bullion
5	Seriale valido ma card diversa:	Tutto ok	Mismatch critico	Solo errore grafico	Aumenta il premio
6	XRF misura soprattutto:	Nucleo profondo	Superficie	Diametro	Valore
7	Densità coerente:	Prova definitiva	Dato da integrare	Esclude tungsteno	Rende inutile il peso
8	Moneta rara potenziale:	Pulire	Incidere	Sospendere e specialista	Fondere
9	Good Delivery gold tipica:	1 kg	~400 oz wholesale	100 g blister	Qualsiasi refiner LBMA
10	Oncia troy:	28,35 g	31,1034768 g	33,93 g	30 g

Risposte: 1B, 2B, 3B, 4C, 5B, 6B, 7B, 8C, 9B, 10B. Ogni risposta va motivata.

18

Quiz avanzato - parte II

Calcoli e decisioni operative

#	Scenario	Risposta attesa
11	Sovereign 7,98 g, 916,7, oro 100 EUR/g.	Fino circa 7,32 g; metallo circa 732 EUR.
12	Krugerrand 1 oz fine, oro 100 EUR/g.	Metallo circa 3.110,35 EUR, non 3.393 EUR.
13	Barra 20 g 999,9, oro 95 EUR/g.	Valore teorico circa 1.899,81 EUR.
14	Moneta 900, 6,45 g, data rara sospetta.	Calcolare fino ma sospendere premio/autenticazione.
15	Lingotto 100 g: XRF ok, conducibilità fuori range.	Stop e struttura interna/laboratorio.
16	Proof con hairlines e scatola completa.	Autenticità e valore distinti; danno riduce grado/premio.
17	Slab numero valido ma foto diversa.	Non accettare come certificata; mismatch.
18	Argento 1 oz 999 con patina.	Non pulire; misure e autenticità, poi mercato.
19	Kilobar refiner LBMA.	Non chiamarlo Good Delivery automaticamente.
20	Cliente chiede prezzo catalogo.	Spiegare differenza tra richiesta, realizzo, metallo e premio.

Valutazione pratica

Per superare il corso non basta conoscere le specifiche: bisogna scegliere il riferimento corretto, registrare le misure e applicare la stop rule.

RIFERIMENTI TECNICI E UFFICIALI

Fonti e aggiornamento

Le specifiche devono essere verificate sulle fonti ufficiali dell'anno, taglio e finitura. Le pagine di prodotto possono cambiare; conservare data e riferimento usati nella pratica.

Codice	Fonte ufficiale	Ambito
R1	The Royal Mint - Gold Sovereign Sizes and Weights.	Sovereign, Half, Quarter, Double: peso, diametro, titolo.
R2	The Royal Mint - Britannia bullion specifications.	1 oz gold Britannia e funzioni di sicurezza.
R3	South African Mint - Krugerrand brochures / product archives.	22K, 1 oz fine, massa, diametro, bullion e proof.
R4	Royal Canadian Mint - Gold/Silver Maple Leaf e Bullion DNA.	Purezza, peso, diametro, microfeature e sicurezza.
R5	U.S. Mint - Bullion Coin Programs.	American Eagle gold/silver/platinum e Buffalo.
R6	Austrian Mint - Vienna Philharmonic product data.	Gold, silver e platinum Philharmonic.
R7	Perth Mint - Australian Kangaroo bullion specifications.	Peso, purezza, diametro, spessore e anni.
R8	LBMA - London Good Delivery, Current/Former Lists e Rules.	Standard wholesale di oro e argento, marchi e raffinerie.
R9	EUR-Lex - Direttiva 2006/112/CE e elenco annuale monete.	Definizione fiscale UE dell'oro da investimento, da verificare con consulente.
R10	Cataloghi numismatici e specialisti qualificati.	Date, zecche, varianti, gradi, rarità e comparabili.

Data di revisione

Contenuto tecnico predisposto con fonti consultate fino a giugno 2026. Prima dell'uso operativo verificare specifiche, liste, quotazioni, normativa e policy OroActive aggiornate.

Bibliografia operativa essenziale

- LBMA Good Delivery Rules e Current/Former Lists.
- Pagine tecniche delle zecche ufficiali per ogni emissione.
- Catalogo numismatico aggiornato per anno, zecca, variante e grado.
- Manuali degli strumenti effettivamente usati in negozio.
- Policy OroActive su soglie, autorizzazioni, test distruttivi e custodia.



OPERATORE AUTONOMO SU MONETE E LINGOTTI SIGNIFICA OPERATORE CHE SA IDENTIFICARE, MISURARE E FERMARSI

Peso fino, specifiche, mercato, documentazione e prudenza.
Cinque elementi che proteggono cliente, negozio e valore.

Principio OroActive

Non ridurre un prodotto da investimento al suo peso prima di aver escluso valore numismatico, premio, packaging e rischio di contraffazione.