

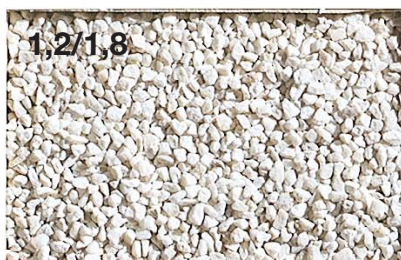
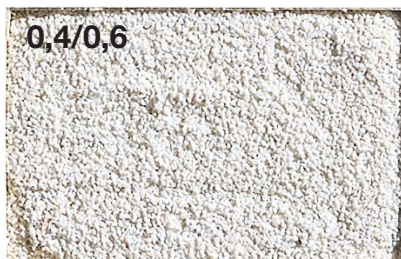


# DOLOMITE BIANCO ZANDOBBIO

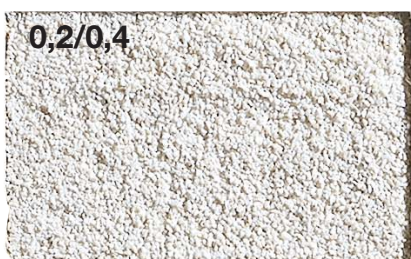

## Granulometrie

| 0 / 50<br>micron | 0,1 / 0,3<br>mm | 0,3 / 0,7<br>mm | 0,2 / 0,4<br>mm | 0,4 / 0,6<br>mm | 0,6 / 1<br>mm | 1 / 1,2<br>mm | 1,2 / 1,8<br>mm | 1,8 / 2,5<br>mm |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|

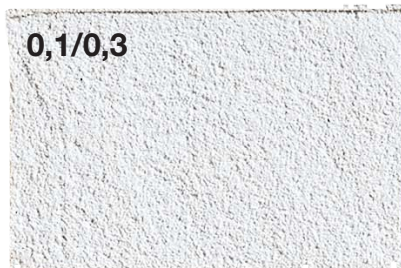

# DOLOMITE BIANCO ZANDOBBIO



## Caratteristiche fisiche:

Peso specifico apparente: 1,18  
Perdita al fuoco a 1000 gradi: 47,65 %

## Analisi chimica:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| SiO <sub>2</sub>               | 0,12 %  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,016 % |
| CaCO <sub>3</sub>              | 55,61 % |
| MgCO <sub>3</sub>              | 44,20 % |

## Analisi granulometriche:

Tecnica setacciatura: - Luce netta in mm  
- % trattenuto in peso

| 0 / 50 micron     | 0,1 / 0,3 mm    | 0,3 / 0,7 mm     | 0,2 / 0,4 mm    |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| + 0,100 mm 6,5 %  | + 0,40 mm 2 %   | + 0,7 mm /       | + 0,40 mm 2,5 % |
| + 0,063 mm 16 %   | + 0,31 mm 3 %   | + 0,6 mm 1 %     | + 0,31 mm 28 %  |
| + 0,045 mm 11 %   | + 0,18 mm 30 %  | + 0,5 mm 24 %    | + 0,18 mm 62 %  |
| - 0,045 mm 66,5 % | + 0,10 mm 40 %  | + 0,4 mm 33 %    | + 0,10 mm 7 %   |
|                   | - 0,10 mm 25 %  | + 0,3 mm 24 %    | - 0,10 mm 0,5 % |
|                   |                 | - 0,3 mm 18 %    |                 |
| 0,4 / 0,6 mm      | 0,6 / 1 mm      | 1 / 1,2 mm       | 1,2 / 1,8 mm    |
| + 0,7 mm /        | + 1,0 mm tracce | + 1,25 mm tracce | + 1,80 mm /     |
| + 0,6 mm 1 %      | + 0,8 mm 29 %   | + 1,00 mm 69 %   | + 1,60 mm 6 %   |
| + 0,5 mm 20 %     | + 0,6 mm 54 %   | + 0,80 mm 28 %   | + 1,40 mm 45 %  |
| + 0,4 mm 53 %     | + 0,5 mm 13 %   | - 0,80 mm 3 %    | + 1,25 mm 28 %  |
| + 0,3 mm 19 %     | - 0,5 mm 4 %    |                  | - 1,25 mm 21 %  |
| - 0,3 mm 7 %      |                 |                  |                 |
| 1,8 / 2,5 mm      |                 |                  |                 |
| + 2,5 mm 1 %      |                 |                  |                 |
| + 2,0 mm 13 %     |                 |                  |                 |
| + 1,8 mm 23 %     |                 |                  |                 |
| + 1,6 mm 55 %     |                 |                  |                 |
| - 1,6 mm 8 %      |                 |                  |                 |

Tutte le indicazioni riportate sono state elaborate nel nostro laboratorio e rappresentano valori di media.  
All the data have examined in our laboratory and they represent average values.



I 24060 ZANDOBBIO (BG) - Via Selva, 20/22/24  
Tel. +39-035940249 - Telefax +39-035943256 - Http: //www.valligranulati.it