

前入庫分

製品試験成績表



三寶産業株式会社
 慶尚南道 鎮海市 南陽洞 360-2番地
 TEL. (055) 552 - 7130
 FAX. (055) 552 - 7135

유진금속공업(주) 귀하

규격 번호	기 호	생 산 일 자 (Lot-No)	검 사 일 자	출 고		검 사 자	품질보증책임자								
				출고량(KG)	출 고 일										
KSD2330	AC4C.1	26-06-26 A1	2026.06.26	5.700	2026.07.14										
화 학 성 분 (%)															
원소	Cu	Si	Fe	Mg	Mn	Zn	Ni	Ti	Cr	Sn	Pb	Ca			
SPEC	0.25 max	6.5- 7.5	0.40 max	0.25- 0.45	0.35 max	0.35 max	0.10 max	0.20 max	0.10 max	0.05 max	0.10 max	-			
분석치															
Avg	0.14	7.04	0.22	0.42	0.15	0.17	0.01	0.08	0.02	0.00	0.01	-			
변동사항	N=1	Al	91.368	Cu	.11649	Si	7.4667	Fe	.38704	Mg	.36301	Mn	.04935	Zn	.11553
	N=2		91.522		.11642		7.3090		.38421		.36907		.04874		.11660
	Ave.		91.445		.11645		7.3879		.38562		.36604		.04905		.11607
	N=1	Ni	.01343	Ti	.07581	Cr	.02413	Sn	.00000	Pb	.00997	Ca	.00423		
	N=2		.01342		.07586		.02385		.00000		.01049		.00418		
Ave.		.01343		.07584		.02399		.00000		.01023		.00420			
Hg, Cr ⁺⁶ 사용하지 않음															
 DANGER		※ 취급 설명서						● 담당자는 다음 사항을 숙지하여 사용자 또는 작업자에게 반드시 전달 하십시오. 1. 용탕 투입시, 수분 및 습기가 있으면 폭발하여 사망 또는 화상 발생. 따라서, 수분 및 습기가 있으면 반드시 예열 후 건조된 상태에서 투입. 2. 알루미늄은 높은 전기 전도율을 가지므로, 전기 접지시 감전 또는 화재 발생.							
															



용탕에 투입시, 수분 및 습기가 있으면 폭발하여 사망 또는 화상을 입는다.
 위 사항인 경우, 반드시 예열 후 건조된 상태에서 투입하라.

製品試験成績表

前入庫分

유진금속공업(주) 귀하



三寶産業株式会社
 慶尙南道 鎮海市 南陽洞 360-2番地
 TEL. (055) 552 - 7130 ~ 4
 FAX. (055) 552 - 7133 ~ 5番

규격번호	기호	생산일자 (Lot-No)	검사일자	출고		결재	
				출고량(KG)	출고일	검사자	품질보증책임자
KSD2330	AC4C.1	26-06-26 A1	2026.06.26		2026.07.14	여림	양동

Nikon EPIPHOT 200 (200-240V)

SAMBO

● Picture size : 1280 × 960 (Fine-SXGA)

● Resolution : 72 × 2 dpi


● Camera Model : CoolPIX995 (334만 화소)

● Focal length : 28.6mm

● Shutter speed : 1/33.3 second

● Sharpening : High

● Metering : Multi-pattern

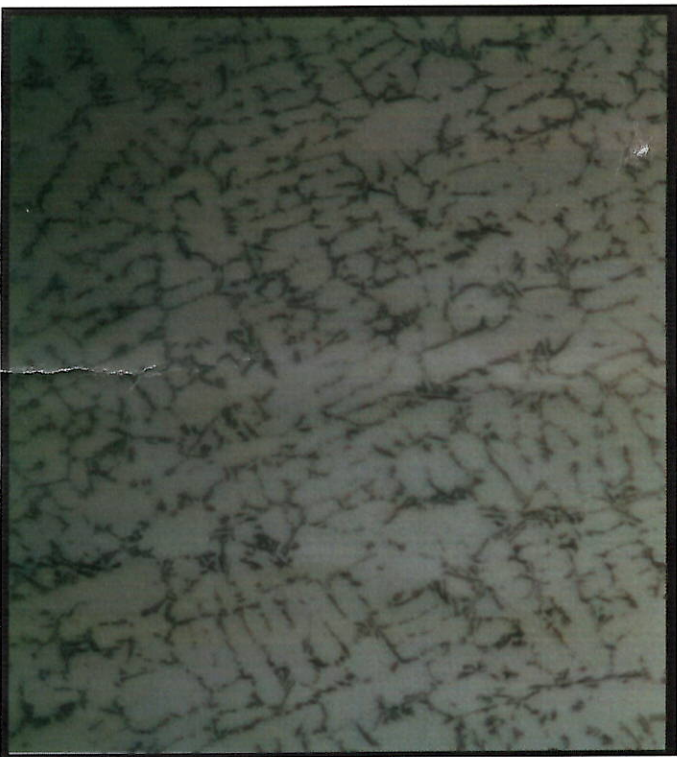

배율 : ×100