


惠州麥豐全面物性檢測報告


MFC 料號		NHN7037MA		檢測日期		2023年10月8日	
ASTM D2000		M3DH 710 B16 A26 E016 E036 F17					
序號	檢測項目		檢測條件/要求	標準	檢測數據	判定	備註(研發說明)
1	硬度		Shore A	70±5	70.1	OK	硬度變化以此為標準
2	比重		N/A	1.32±0.03	1.33	OK	
3	抗張強度/ (MPA)		N/A	≥10	15.28 / 15.21	OK	
4	伸長率/%		N/A	≥200	404 / 417	OK	
5	B16	壓縮歪%	150℃/ 22 H	≤30	23	OK	
6	A26 熱老化	硬度變化	150℃/ 70H	≤10	5.6	OK	
		抗張強度變化率%		≥-25	4.82	OK	
		伸長率變化率%		≥-30	-17.91	OK	
7	E016 1#油	硬度變化	150℃/ 70H	10~-5	3.2	OK	
		抗張強度變化率%		≥-20	-10.27	OK	
		伸長率變化率%		≥-30	-24.24	OK	
		體積變化率%		5~-5	-2.71	OK	
8	E036 3#油	硬度變化	150℃/ 70H	≥-15	-8.5	OK	
		抗張強度變化率%		≥-30	-18.7	OK	
		伸長率變化率%		≥-30	-20.3	OK	
		體積變化率%		≤25	17.16	OK	
11	F17 耐低溫	-40℃/3min		PASS	PASS	未測	依原

核准:

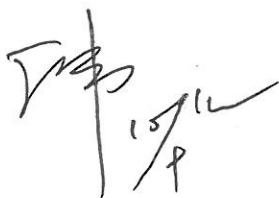

品保審核:

原料審核:



檢測:

陳球仕

表單編號: FM02026 版次: 1.1