中包检测
China Packaging Research & Test

CERTIFLED LABORATORY
ISTA MEMBER ID: 11370

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21623

No. 2026-Y009-211

检 测 报 告

样 品 名 称：1000L 瓦楞纤维板复合 IBC 包装件

委 托 单 位：青岛腾琥包装有限公司

检 验 类 型：委托检验

中包测试技术（无锡）有限公司

中国·无锡·锡山区·鹅湖镇·翰林路 39 号

TEL：86.510.83561316

声　明

1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

2、全部复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。未经书面同意，不得部分复制本报告。

3、报告无批准、审核、编制签字无效，无骑缝章无效。

4、报告涂改无效。

5、本报告首页所列内容中样品信息、客户要求、受检单位及生产单位名称均由委托单位提供，委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，本机构不承担任何相关责任。

6、一般情况，送样检验仅对来样负责。

7、本报告不对社会具有证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制等之用。

8、*项目不在CNAS认可范围内。

9、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

中包测试技术（无锡）有限公司

检 测 报 告

样品名称	1000L 瓦楞纤维板复合 IBC 包装件		
检验类别	委托检验	**样品来源**	送样
委托单位	青岛腾琥包装有限公司		
委托单位地址	山东省青岛市即墨区通济街道王家院村淮涉河路 497 号		
委托人员	王红梅		
受检单位名称	/		
生产单位名称	/		
生产日期	/	**生产批号**	/
规格型号	1000L 8ply	**样品数量**	1 件
包装件质量	1000.0 kg	**内装物质量**	/
样品尺寸	1100 mm×1100 mm×1165 mm	**委托日期**	2026 年 05 月 07 日
试验开始日期	2026 年 05 月 14 日	**试验结束日期**	2026 年 05 月 14 日
样品描述	托盘包装件，底部带四向进叉托盘，四条打包带打包，表面有印刷。包装件外观无异常。		
检验依据	ISTA 3E-2026 《用货车满载运输并由相似包装件组成的集合包装》		
判定依据	ISTA 3E-2026 《用货车满载运输并由相似包装件组成的集合包装》		
检验项目	温湿度预处理试验、斜面冲击试验、旋转棱跌落试验、压力试验、随机振动试验、旋转棱跌落试验		
备注	/		

中包测试技术（无锡）有限公司 检验检测专用章


编制： **审核：** **批准：**

签发日期： 2026 年 05 月 25 日

检 测 报 告

试验前样品检查

1. 部位标示

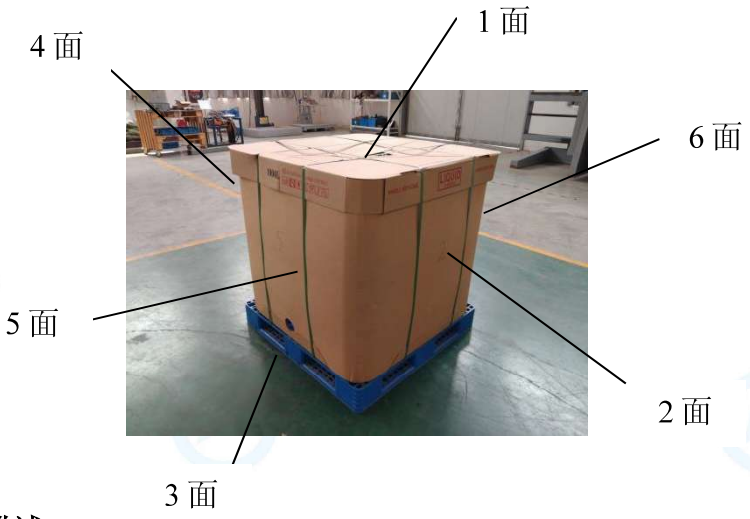

2. 样品描述

托盘包装件，底部带四向进叉托盘，四条打包带打包，表面有印刷。包装件外观无异常。

3. 实验室温湿度

试验开始：28℃，60%RH；试验结束：28℃，60%RH。

试验结果

序号	试验项目	试验结果
1	温湿度预处理试验	包装件外观无异常。
2	斜面冲击试验	包装件外观无异常。
3	旋转棱跌落试验	包装件外观无异常。
4	压力试验	包装件外观无异常。
5	随机振动试验	包装件外观无异常。
6	旋转棱跌落试验	包装件外观无异常。
试验后样品检查		包装件外观无异常。
判定要求：包装外观无异常。		

试样是否通过试验要求：☑是 ☐否

检 测 报 告

试验过程

1. 温湿度预处理试验

试样编号：2026-Y009-211-01
试验依据：ISTA 3E-2026

在实验室温湿度条件下：（28~28）℃，（60~63）%RH，放置 12 h。



2. 斜面冲击试验

试样编号：2026-Y009-211-01
试验依据：ISTA 3E-2026

冲击末速度：1.2 m/s；
冲击顺序：5 面、6 面、2 面、4 面；
冲击次数：每个面冲击 1 次，共冲击 4 次。



3. 旋转棱跌落试验

试样编号：2026-Y009-211-01
试验依据：ISTA 3E-2026

跌落高度：150 mm；
跌落顺序：3-6 棱，2-3 棱；
跌落次数：每条棱跌落 1 次，共跌落 2 次。



4. 压力试验

试样编号：2026-Y009-211-01
试验依据：ISTA 3E-2026

压力计算公式：TF=Wt×(S-1)×F×9.8×C
式中：
Wt—集合包装的毛重，1000.0 kg；
S—集合包装堆码层数，S=3 层；
F—补偿系数，F=3；
9.8—转换系数；
C—时间对压力的补偿系数，C=1.4；
计算载荷值：82320 N；
实际载荷值：82320 N。

检 测 报 告



5. 随机振动试验

试样编号：2026-Y009-211-01
试验依据：ISTA 3E-2026

按照下表进行随机振动试验：
振动时间：4 h。

频率（Hz）	功率谱密度 (g^2/Hz)	频率（Hz）	功率谱密度 (g^2/Hz)
1	0.00072	25	0.0036
3	0.018	30	0.00072
4	0.018	40	0.0036
6	0.00072	80	0.0036
12	0.00072	100	0.00036
16	0.0036	200	0.000018
G_{rms}		0.54	



6. 旋转棱跌落试验

试样编号：2026-Y009-211-01
试验依据：ISTA 3E-2026

跌落高度：150 mm；
跌落顺序：3-5 棱，3-4 棱；
跌落次数：每条棱跌落 1 次，共跌落 2 次。

检 测 报 告

试验后样品检查








包装件外观无异常。

检 测 报 告

试验设备表

设备编号	试验设备	生产厂商	规格型号	校准/检定日期	校准/检定周期
Y001	电动振动试验系统（电磁试验台）	苏州苏试试验股份有限公司	DC-20000-200	2025.11.03	1 年
Y003	脱落吊钩试验机	中国包装科研测试中心	Y009	2025.05.30	1 年
Y008	斜面冲击试验机	中国包装科研测试中心	XCH-SZ02	2025.06.10	1 年
Y034	300KN 微机控制包装容器压力试验机	力试（上海）科学仪器有限公司	LD26.305B	2026.04.23	1 年

（报告正文结束）