CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ KHOA HỌC KIỂM ĐỊNH BÁCH KHOA
BACH KHOA BUILDING TECHNOLOGY AND SCIENTIFIC TEST
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH LAS - XD780
LABORATORY AND CONSTRUCTION QUA LITY VERIFICATION LAS - XD780
Đ/c PTN: Tổ 12 - Đường. Hồ Tùng Mậu - P. Phú Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
Điện thoại: 0985761933 - Email: Bachkhoalasxd780@gmail.com

ISO IEC 17025

PYC : 23.12/PYC- 2024 *Ngày/Date: 25 / 12 / 2024*
SỐ TN :01. 25.12.24 /KQTN-QM-020

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
(RESULTS OF TEST)

Đơn vị yêu cầu *(Client)* :	Văn phòng Chứng nhận chất lượng (BQC)
Địa chỉ trụ sở *(Head office address)*:	P 1005, Tòa 2B chung cư Vinata Tower, số 289 Khuất Duy Tiến – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Đơn vị sản xuất *(Production unit)*:	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Quang Minh
Địa chỉ trụ sở *(Head office address)*:	CN9, KCN Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Loại vật liệu *(Material)*:	Thanh Kẹp Biên (QM-020) - Kích thước 30x40mm
Thiết bị sử dụng *(Test equipment)* :	Máy kéo uốn vạn năng WE - 1000B, Thước kẹp, cân…
Ngày nhận mẫu *(Sampling date)*:	23/12/2024
Ngày thí nghiệm *(Test day)*:	25/12/2024

I. KIỂM TRA ĐỘ CỨNG

STT *(No)*	Loại vật liệu *(Material)*	Đơn vị *Unit*	Yêu cầu kỹ thuật *Technical requirements*	Kết quả thí nghiệm *Results test*
1	QM - 020	HV	≥ 58	105

II. KIỂM TRA ĐỘ BỀN KÉO

STT *(No)*	Yêu cầu kỹ thuật *Technical requirements*	Kích thước (mm) *Size*	Giới hạn bền *(Tensile strength)*	Độ giãn dài *(Percentage elongation)*
	Loại vật liệu *(Material)*	Dày * Rộng	≥ 165	≥ 8
			(N/mm2)	(%)
1	QM - 020	4.00*12.5	286	11.0

III. THÀNH PHẦN HÓA HỌC *(Chamical compositions)* (%)

Silic/Si	Sắt/Fe	Đồng/Cu	Mangan/Mn	Magie/Mg	Crom/Cr	Kẽm/Zn	Titan/Ti	Vanadi/V	Nhôm/V
0.6910	0.2800	0.0360	0.0280	0.5440	0.0085	0.0830	0.0016	0.0080	98.3199

Hình ảnh sản phẩm:

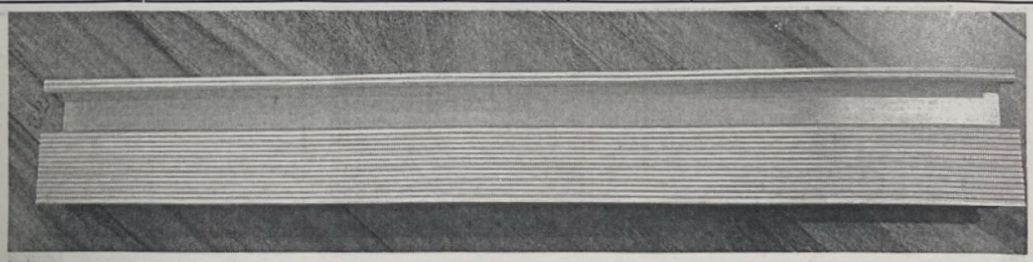

THÍ NGHIỆM *(Tested by)*	TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM *(Chief of the Laboratory)*	CT CP CNXD & KHKĐ BÁCH KHOA *(BKCONS.,JSC)*
Nguyễn Đức Trình	Ks. Nguyễn Tuấn Anh	PGĐ. Nguyễn Hoàng Gia

Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị với mẫu thí nghiệm *(The results in this paper only have for the test sample)*
Tên mẫu và tên khách hàng ghi theo yêu câu của khách hàng *(Name of sample and customer are written ascustomer's request)*

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ KHOA HỌC KIỂM ĐỊNH BÁCH KHOA
BACH KHOA BUILDING TECHNOLOGY AND SCIENTIFIC TEST
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH LAS - XD780
LABORATORY AND CONSTRUCTION QUA LITY VERIFICATION LAS - XD780
Đ/c PTN: Tổ 12 - Đường. Hồ Tùng Mậu - P. Phú Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
Điện thoại: 0985761933 - Email: Bachkhoalasxd780@gmail.com
ISO IEC 17025

PYC : 23.12/PYC- 2024 *Ngày/Date: 25 / 12 / 2024*

SỐ TN :01. 25.12.24 /KQTN-RAIL (QM-001)

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
(RESULTS OF TEST)

Đơn vị yêu cầu *(Client) :*	Văn phòng Chứng nhận chất lượng (BQC)
Địa chỉ trụ sở *(Head office address):*	P 1005, Tòa 2B chung cư Vinata Tower, số 289 Khuất Duy Tiến – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Đơn vị sản xuất *(Production unit):*	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Quang Minh
Địa chỉ trụ sở *(Head office address):*	CN9, KCN Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Loại vật liệu *(Material):*	Thanh Rail (QM-001) - Kích thước 26x50mm
Thiết bị sử dụng *(Test equipment) :*	Máy kéo uốn vạn năng WE - 1000B, Thước kẹp, cân…
Ngày nhận mẫu *(Sampling date):*	23/12/2024
Ngày thí nghiệm *(Test day):*	25/12/2024

I. KIỂM TRA ĐỘ CỨNG

STT *(No)*	Loại vật liệu *(Material)*	Đơn vị *Unit*	Yêu cầu kỹ thuật *Technical requirements*	Kết quả thí nghiệm *Results test*
1	QM-001	HV	≥ 58	101

II. KIỂM TRA ĐỘ BỀN KÉO

STT *(No)*	Yêu cầu kỹ thuật *Technical requirements*	Kích thước (mm) *Size*	Giới hạn bền *(Tensile strength)*	Độ giãn dài *(Percentage elongation)*
	Loại vật liệu *(Material)*	Dày * Rộng	≥ 165	≥ 8
			(N/mm^2)	(%)
1	QM-001	1.10*12.0	293	11.3

III. THÀNH PHẦN HÓA HỌC *(Chamical compositions)* (%)

Silic/Si	Sắt/Fe	Đồng/Cu	Mangan/Mn	Magie/Mg	Crom/Cr	Kẽm/Zn	Titan/Ti	Vanadi/V	Nhôm/V
0.6800	0.3380	0.0281	0.0269	0.5270	0.0082	0.0840	0.0014	0.0082	98.2982

Hình ảnh sản phẩm:

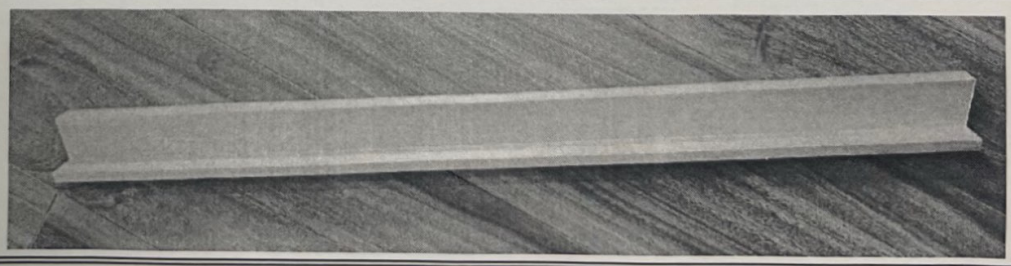

THÍ NGHIỆM *(Tested by)*	TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM *(Chief of the Laboratory)*	CT CP CNXD & KHKĐ BÁCH KHOA *(BKCONS.,JSC)*
Nguyễn Đức Trình	Ks. Nguyễn Tuấn Anh	PGĐ. Nguyễn Hoàng Gia

XD LAS 780

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ KHOA HỌC KIỂM ĐỊNH BÁCH KHOA

Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị với mẫu thí nghiệm *(The results in this paper only have for the test sample)*
Tên mâu và tên khách hàng ghi theo yêu câu của khách hàng *(Name of sample and customer are written ascustomer's request)*

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ KHOA HỌC KIỂM ĐỊNH BÁCH KHOA
BACH KHOA BUILDING TECHNOLOGY AND SCIENTIFIC TEST
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH LAS - XD780
LABORATORY AND CONSTRUCTION QUA LITY VERIFICATION LAS - XD780
Đ/c PTN: Tổ 12 - Đường. Hồ Tùng Mậu - P. Phú Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
Điện thoại: 0985761933 - Email: Bachkhoalasxd780@gmail.com

ISO IEC 17025

PYC : 23.12/PYC- 2024 *Ngày/Date: 25 / 12 / 2024*
SỐ TN :01. 25.12.24 /KQTN-QM-016

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
(RESULTS OF TEST)

Đơn vị yêu cầu *(Client)* :	Văn phòng Chứng nhận chất lượng (BQC)
Địa chỉ trụ sở *(Head office address)*:	P 1005, Tòa 2B chung cư Vinata Tower, số 289 Khuất Duy Tiến – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Đơn vị sản xuất *(Production unit)*:	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Quang Minh
Địa chỉ trụ sở *(Head office address)*:	CN9, KCN Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Loại vật liệu *(Material)*:	Thanh Kẹp Giữa (QM-016) - Kích thước 15x40mm
Thiết bị sử dụng *(Test equipment)* :	Máy kéo uốn vạn năng WE - 1000B, Thước kẹp, cân…
Ngày nhận mẫu *(Sampling date)*:	23/12/2024
Ngày thí nghiệm *(Test day)*:	25/12/2024

I. KIỂM TRA ĐỘ CỨNG

STT *(No)*	Loại vật liệu *(Material)*	Đơn vị *Unit*	Yêu cầu kỹ thuật *Technical requirements*	Kết quả thí nghiệm *Results test*
1	QM - 016	HV	≥ 58	100

II. KIỂM TRA ĐỘ BỀN KÉO

STT *(No)*	Yêu cầu kỹ thuật *Technical requirements*	Kích thước (mm) *Size*	Giới hạn bền *(Tensile strength)*	Độ giãn dài *(Percentage elongation)*
	Loại vật liệu *(Material)*	Dày * Rộng	≥ 165	≥ 8
			(N/mm2)	(%)
1	QM - 016	4.0*12.0	294	8.9

III. THÀNH PHẦN HÓA HỌC *(Chamical compositions)* (%)

Silic/Si	Sắt/Fe	Đồng/Cu	Mangan/Mn	Magie/Mg	Crom/Cr	Kẽm/Zn	Titan/Ti	Vanadi/V	Nhôm/V
0.6810	0.3460	0.0365	0.0260	0.5350	0.0083	0.0842	0.0018	0.0076	98.2736

Hình ảnh sản phẩm:

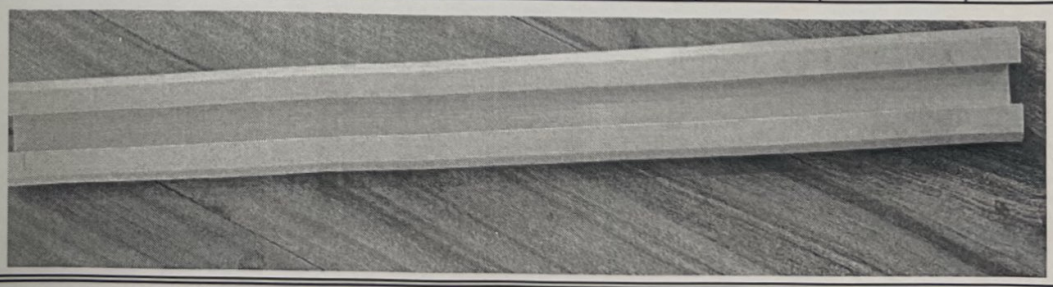

THÍ NGHIỆM *(Tested by)*	TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM *(Chief of the Laboratory)*	CT CP CNXD & KHKĐ BÁCH KHOA *(BKCONS.,JSC)*
Nguyễn Đức Trình	Ks. Nguyễn Tuấn Anh	PGĐ. Nguyễn Hoàng Gia

Các kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị với mẫu thí nghiệm *(The results in this paper only have for the test sample)*
Tên mẫu và tên khách hàng ghi theo yêu cầu của khách hàng *(Name of sample and customer are written ascustomer's request)*

Scanned with CamScanner