



CÔNG TY TNHH SỬ KỸ THUẬT MINH LONG 2
MINH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC Co., LTD.
PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐIỆN - CƠ
ELECTRICAL - MECHANICAL LABORATORY


328 Đại lộ Bình Dương,
KP.Hưng Lộc, P.Hưng Định,
TX.Thuận An, T.Bình Dương
ĐT: 0650.3746686
Fax: 0650.3753556

Số:
0103.CTTL.19

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

01/03/2019
Trang: 2/2

10. Kết quả thử nghiệm :

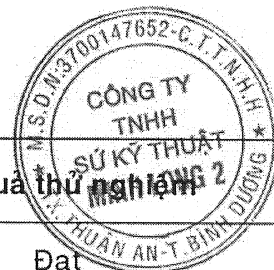

STT	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Yêu cầu	Kết quả thử nghiệm
10.1	Ngoại quan theo TCVN 4759-1993, (100%lô)	Đạt
10.2	Thử tia lửa điện liên tục. 200 kHz/3 giây + Kiểm tra bằng điện áp 85 kV/01 phút, tần số 50 Hz, (100%lô)	Đạt Sản phẩm không bị xuyên thủng

STT	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Yêu cầu	Kết quả thử nghiệm/Mẫu
		Mẫu 1
10.3	Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, ($\Delta T \geq 70^{\circ}\text{C}$)	Đạt
10.4	Thử lực phá hủy cơ học khi uốn, (13kN)	14.23
10.5	Thử điện áp duy trì tần số 50 Hz + Trạng thái khô: 85 kV/01 phút. + Trạng thái ướt : 65 kV/01 phút.	Không phóng Không phóng
10.6	Thử chịu xung sét 1,2/50 μs + Xung dương: 125 kV/15 xung. + Xung âm : 125 kV/15 xung.	Không phóng Không phóng
10.7	Chiều dài đường rò điện, (540mm)	550

Signature

1. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của PTN Điện - Cơ Minh Long 2.
This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Electrical - Mechanical laboratory Minh Long 2.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of sample and customer are written as customer's request.