

KT3-0367ADI9/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

26/02/2019
Page 01/02

1. Tên mẫu : CÁP ĐỒNG TRẦN C 25 mm²
Name of sample
2. Số lượng mẫu : 01
Quantity
3. Mô tả mẫu : Mẫu cáp đồng trần có chiều dài 3 m
Description
4. Ngày nhận mẫu : 15/02/2019
Date of receiving
5. Thời gian thử nghiệm : 20/02/2019 - 26/02/2019
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH SX-TM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH
192 Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Customer
7. Phương pháp thử : TCVN 5064 : 1994 & TCVN 5064 : 1994/SD1 : 1995
Test method
Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không
8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02
Test result
See page

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN
FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Mừng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH ĐO LƯỜNG
Số chứng thực: 05956
Ngày: 06-08-2019
P. CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 13 QUẬN 6


Nguyễn Tấn Tùng

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

8. Kết quả thử nghiệm :

Test result

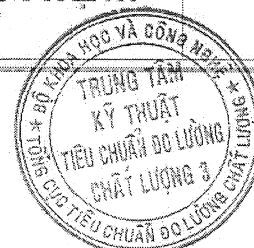

Tên chỉ tiêu Specification	Mức qui định theo Quality level as TCVN 5064 : 1994 & SD1 : 1995	Kết quả thử nghiệm Test result	Nhận xét Remark
8.1. Số sợi đồng / Number of wire	7	7	Đạt Pass
8.2. Số lớp xoắn / Number of layer	1	1	Đạt Pass
8.3. Chiều xoắn lớp ngoài cùng Direction of lay of the external layer	Phải Right	Phải Right	Đạt Pass
8.4. Bội số bước xoắn / Lay ratio • Lớp / Layer 1	10 - 20	16	Đạt Pass
8.5. Số lần bẻ cong sợi đồng Number of bending times for wire	min 6	15	Đạt Pass
8.6. Đường kính sợi đồng / Diameter of wire, mm	2,13 ± 0,02	2,15	Đạt Pass
8.7. Đường kính ngoài bước xoắn, Diameter of lay, mm	Không qui định Not specified	6,5	-
8.8. Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, Elongation of wire, %	min 1,0	2,6	Đạt Pass
8.9. Suất kéo đứt sợi đồng, Tensile strength of wire, N/mm ²	min 380	438	Đạt Pass
8.10. Điện trở một chiều của 1 km dây dẫn ở 20°C, Ω DC resistance of 1 km conductor	max 0,7483	0,6855	Đạt Pass
8.11. Lực kéo đứt của toàn bộ dây dẫn, Breaking load of conductor, N	min 8990	11,1 x 10 ³	Đạt Pass



QUATEST 3®

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Testing:

No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 Z, Dong Nai, Vietnam

C5 lot, KI road, Cat Lai 1Z, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4174

Tel: (84-251) 383 6212

Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 2012

Fax: (84-251) 383 6293

Fax: (84-28) 3742 1174

Website: www.qltest3.com.vn

E-mail: tn-qltest3@qltest3.com.vn

E-mail: tn-qltest3@qltest3.com.vn