


# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

## TEST REPORT

8. Kết quả thử nghiệm :

Test result

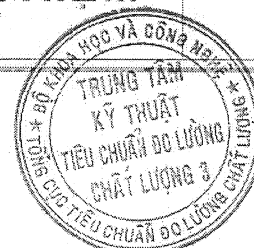

Tên chỉ tiêu Specification	Mức qui định theo Quality level as TCVN 5064 : 1994 & SD1 : 1995	Kết quả thử nghiệm Test result	Nhận xét Remark
8.1. Số sợi đồng / Number of wire	7	7	Đạt Pass
8.2. Số lớp xoắn / Number of layer	1	1	Đạt Pass
8.3. Chiều xoắn lớp ngoài cùng Direction of lay of the external layer	Phải Right	Phải Right	Đạt Pass
8.4. Bội số bước xoắn / Lay ratio • Lớp / Layer 1	10 - 20	16	Đạt Pass
8.5. Số lần bẻ cong sợi đồng Number of bending times for wire	min 6	15	Đạt Pass
8.6. Đường kính sợi đồng / Diameter of wire, mm	2,13 ± 0,02	2,15	Đạt Pass
8.7. Đường kính ngoài bước xoắn, Diameter of lay, mm	Không qui định Not specified	6,5	-
8.8. Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, Elongation of wire, %	min 1,0	2,6	Đạt Pass
8.9. Suất kéo đứt sợi đồng, Tensile strength of wire, N/mm <sup>2</sup>	min 380	438	Đạt Pass
8.10. Điện trở một chiều của 1 km dây dẫn ở 20°C, Ω DC resistance of 1 km conductor	max 0,7483	0,6855	Đạt Pass
8.11. Lực kéo đứt của toàn bộ dây dẫn, Breaking load of conductor, N	min 8990	11,1 x 10 <sup>3</sup>	Đạt Pass



QUATEST 3®

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Testing:

No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 Z, Dong Nai, Vietnam

C5 lot, K1 road, Cat Lai 1Z, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4174

Tel: (84-251) 383 6212

Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 2012

Fax: (84-251) 383 6298

Fax: (84-28) 3742 1174

Website: www.qltest3.com.vn

E-mail: tn-qltest3@qltest3.com.vn

E-mail: tn-qltest3@qltest3.com.vn