Nb-V BCC: SQS/DFT Elastic Constants (PhaseForge v2)
$A_Z < 1$ throughout stable range → spinodal morphology favors diamond (⟨100⟩ corner) | $C_{44} < 0$ for $x_V \gtrsim 0.9$: BCC V mechanically unstable

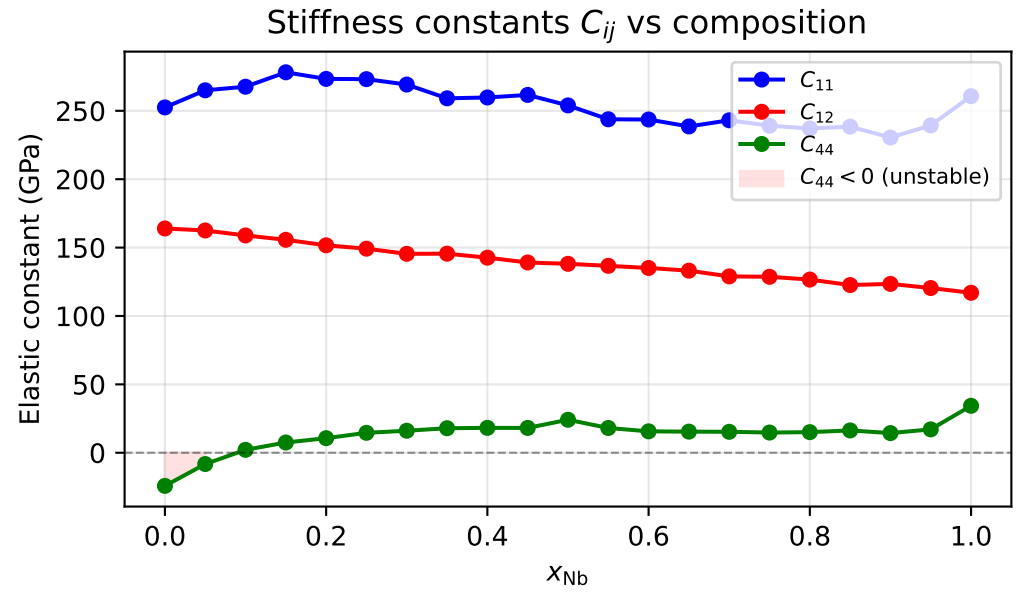

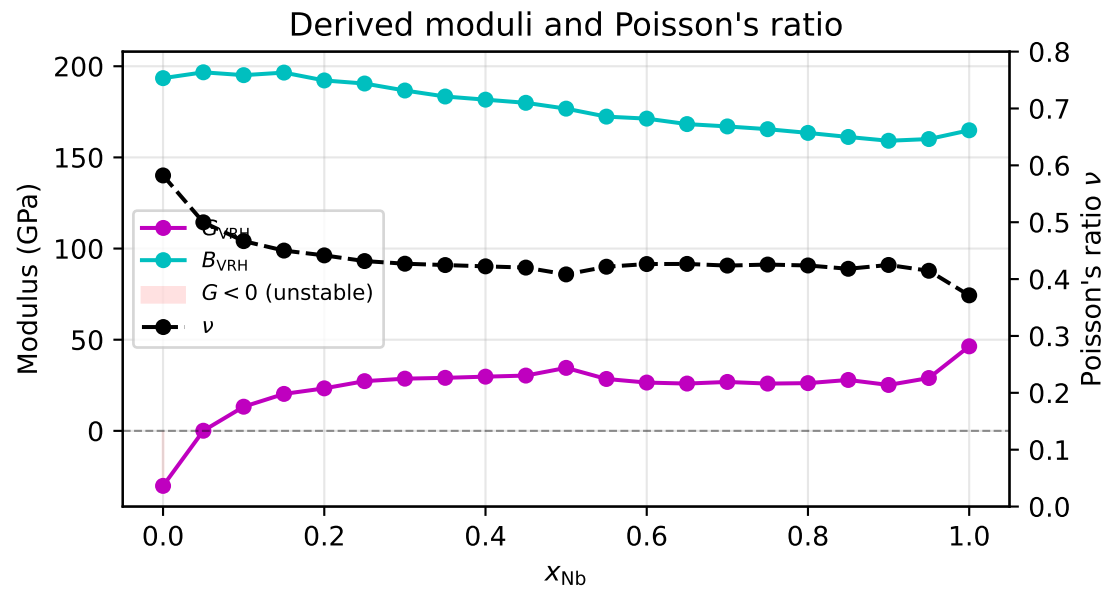

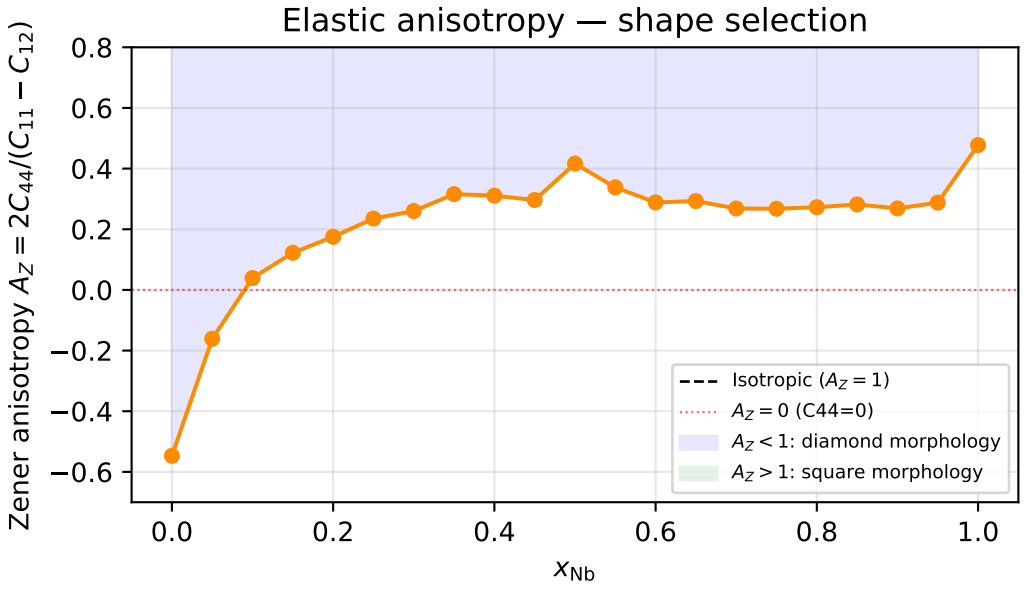

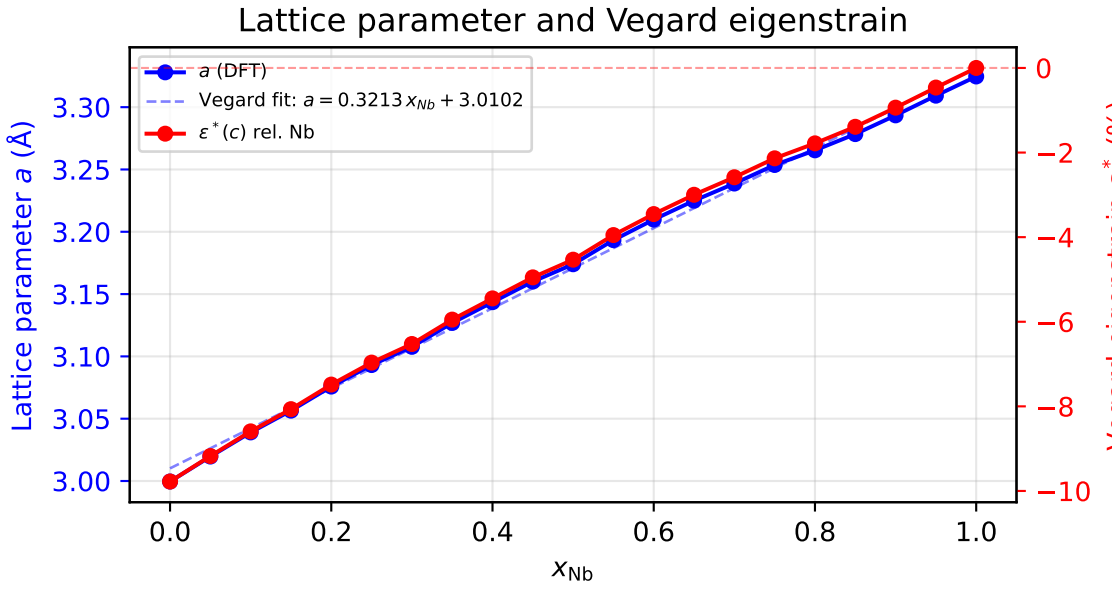

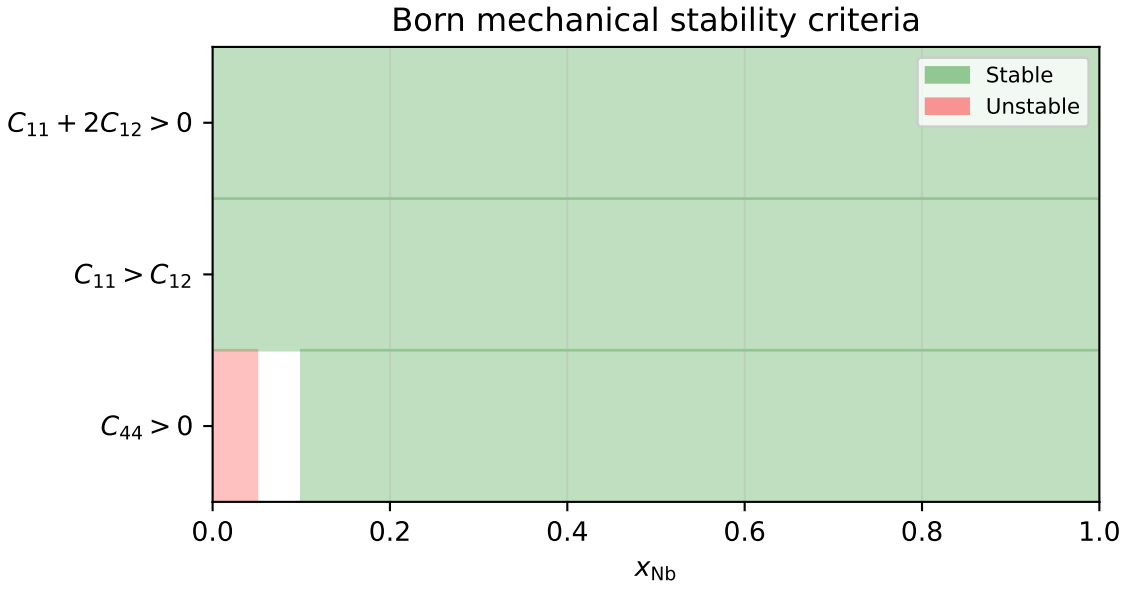

Key compositions for PFM (moduli in GPa)

x_{Nb}	x_V	a (Å)	C_{11}	C_{12}	C_{44}	G_{VRH}	A_Z
1.00	0.00	3.3246	260.7	117.0	34.3	46.4	0.478
0.80	0.20	3.2654	237.1	126.6	15.1	26.2	0.273
0.60	0.40	3.2098	243.6	135.1	15.7	26.5	0.289
0.40	0.60	3.1435	259.7	142.6	18.2	29.7	0.311
0.20	0.80	3.0758	273.3	151.6	10.7	23.3	0.175
0.10	0.90	3.0390	267.6	158.9	2.1	13.3	0.039
0.00	1.00	2.9996	252.5	164.0	-24.2	-30.2	-0.547