



MAXGROUT[®]
(Максграут[®])

БЕЗУСАДОЧНЫЙ ПРОЧНЫЙ, ЖИДКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ АНКЕРОВКИ БОЛТОВ И КОЛОНН

ОПИСАНИЕ

МАКСГРАУТ – это безусадочный строительный раствор, изготовленный из специального цемента и минеральных продуктов, обладающих высокими механическими характеристиками и текучестью. Не содержит хлоридов или железных частиц. Поставляется в порошкообразной форме, готовой к использованию.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Анкерное крепление колонн в готовых бетонных конструкциях.
- Заполнение оснований металлических колонн.
- Крепление балок в мостах.
- Анкерное крепление болтов, кабелей и т.п.
- Заполнение оснований под станками между бетоном и сталью.
- Укрепление бетонных конструкций.
- Стыки тротуарного покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая механическая прочность.
- Водонепроницаемый, пожаробезопасный и нетоксичный.
- После схватывания не боится перепадов температур.
- Устойчив против воздействия периодической нагрузки.
- Обладает прочностью при воздействии периодической ударной нагрузке.
- Обладает сопротивляемостью воздействию воды и масла, смазки и ее производных.

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ЗАПОЛНЕНИЯ МАКСГРАУТОМ

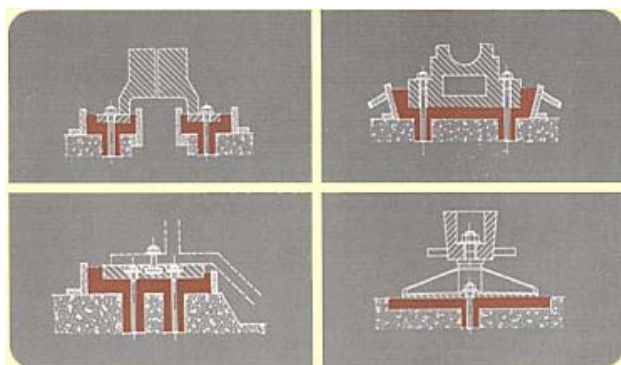

КАК ПРИМЕНЯТЬ

Количество воды для приготовления смеси, %	13±1
--	------

Замес 25 кг материала производится с 3-3,5 литрами воды. Размешайте с помощью низкоскоростной мешалки в течение 3-4 минут. Можно использовать бетономешалку. Не рекомендуется размешивать вручную. Использовать материал следует в течение 15-20 минут после приготовления.

Подготовка поверхности. Поверхность должна быть свободной от консистентной смазки или масла. Для очистки бетона пользуйтесь струей сжатого воздуха или воды. Тщательно все промойте и пропитайте поверхность водой, однако не оставляйте лужиц.

Температура укладки. Идеальная температура нанесения составляет 10-25°C. Не укладывайте материал при температуре поверхности ниже 5°C.

Уход. После заполнения не давайте влаге оставаться на поверхности. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

ТИПЫ МАТЕРИАЛА

МАКСГРАУТ- S. Для толщин менее 40 мм.
МАКСГРАУТ- W. Для более крупного заполнения.

РАСХОД

25 кг мешок МАКСГРАУТ заполняет примерно 12,5 - 14,5 литров.

УПАКОВКА

25 кг мешок.

ХРАНЕНИЕ

Нераспечатанные мешки хранятся 18 месяцев в сухом и закрытом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество воды для приготовления смеси, %	13±1	
Размер заполнителей, мм	0 – 3	
Плотность порошка, гр/см ³	1.25	
Плотность готового материала, гр/см ³	2.15 - 2.25	
Прочность на сжатие, Н/мм ² 24 часа 3 дня 7 дня 28 дня	Воды 12 %	Воды 14%
	42.5	34.9
	50.8	43.8
	54.0	49.3
	59.8	57.1
Прочность на изгиб, Н/мм ² 24 часа 3 дня 7 дня 28 дня	6.69	6.70
	7.57	6.98
	9.38	7.97
	10.42	9.36
Расплыв конуса, мм. Вибростол.	132	219
Расширение, %	0.05	
Модуль эластичности	> 4·10 ⁵ кг/см ²	
Коэффициент расширения	Как у бетона	

ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована