
Baird

Author: semclass
Creation: 04/21/2026 3:07:15 PM


Sample Name: Si-100

Area 1


Live Map 1

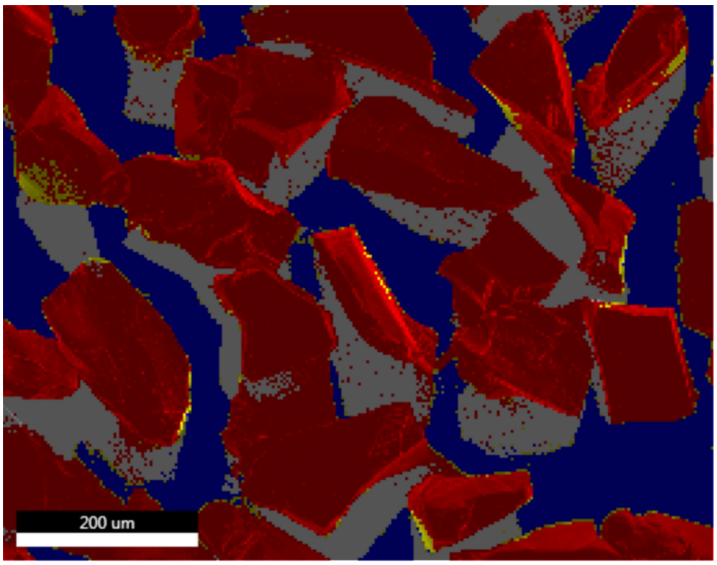

2% SiK/C K/O K (1171 Pixels)
59% SiK (29994 Pixels)
15% Unallocated (7880 Pixels)
24% C K/O K (12155 Pixels)




Notes:

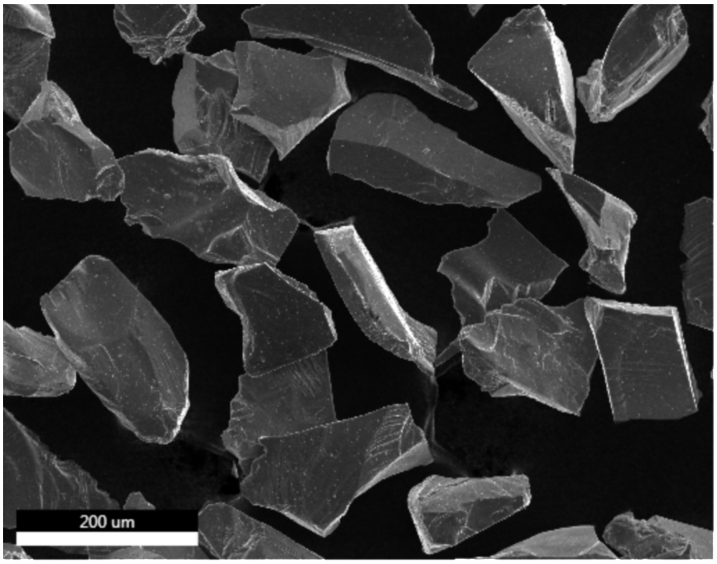

Image

ElementOverlay

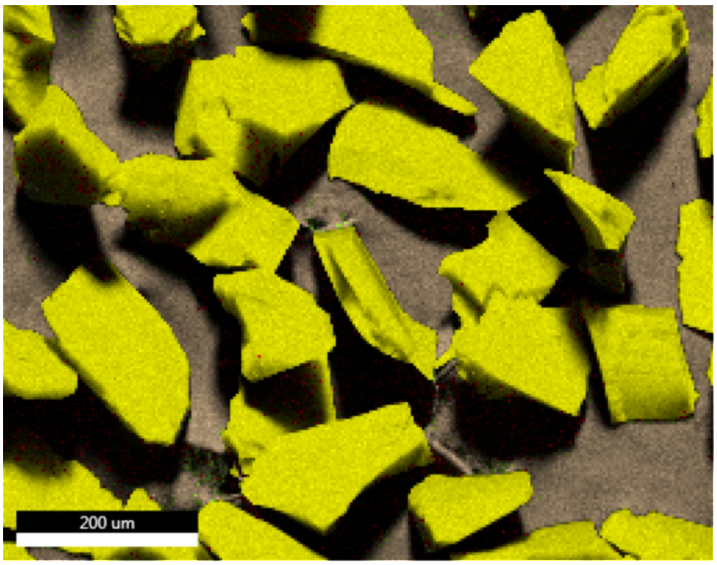


24% C K


3% O K

70% SiK


2% FeK

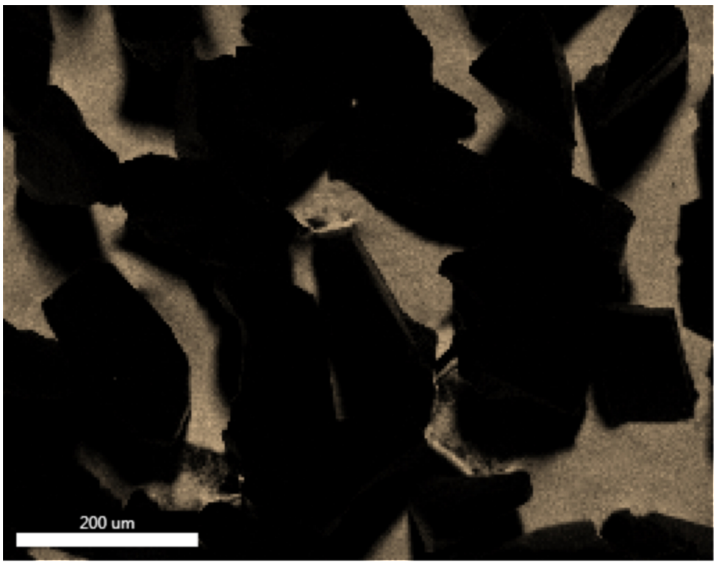


C K_ROI (277)

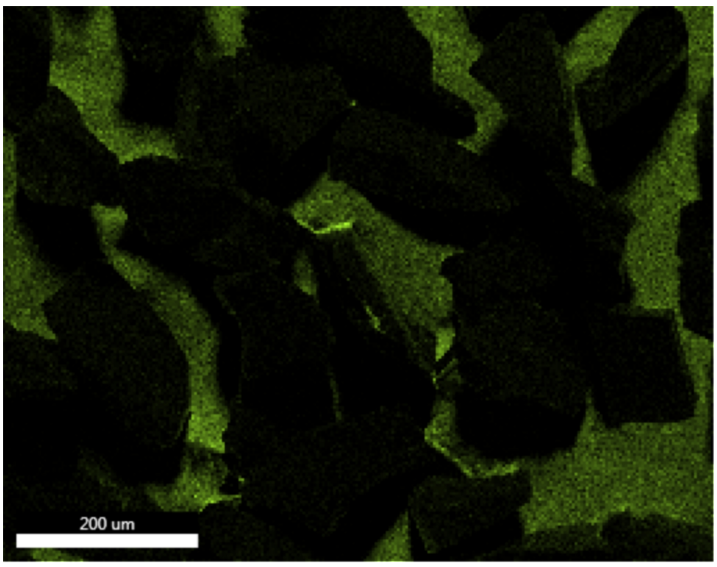

O K_ROI (62)

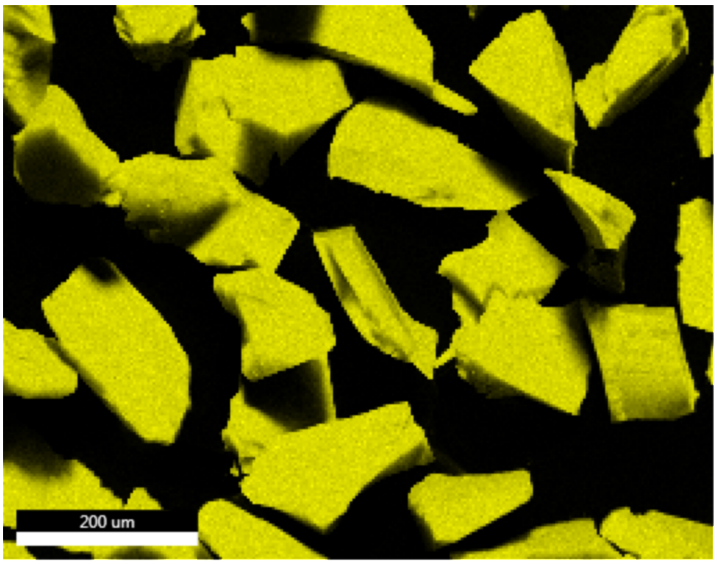


SiK_ROI (621)

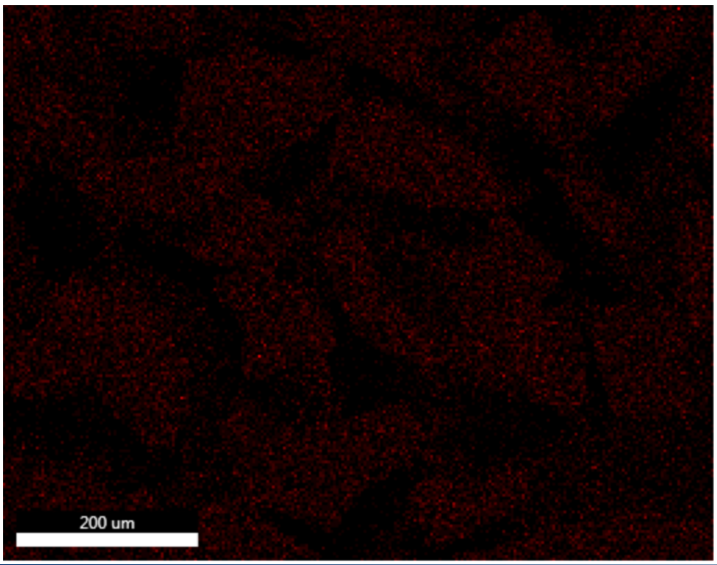

FeK_ROI (12)

kV: 15	Mag: 500	Takeoff: 35	Live Time(s): 501.8	Amp Time(µs): 1.92	Resolution:(eV) 130.4

Sum Spectrum

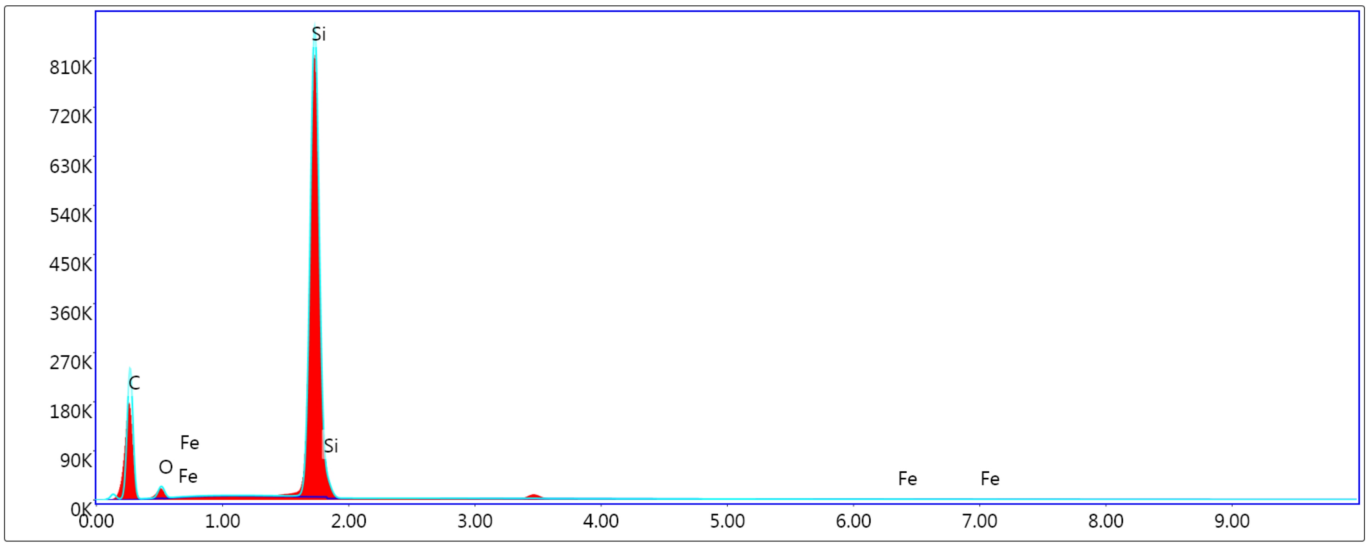


Lsec: 501.8 17.938K Cnts 0.500 keV Det: Octane Plus

eZAF Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	63.48	78.96	5351.80	9.21	0.1363	1.0479	0.2050	1.0000
O K	4.07	3.80	557.00	9.68	0.0073	0.9970	0.1805	1.0000
SiK	32.37	17.22	29386.30	1.68	0.2817	0.8965	0.9700	1.0011
FeK	0.08	0.02	11.50	17.09	0.0006	0.7395	1.0082	1.1072

kV: 15	Mag: 500	Takeoff: 35	Live Time(s): 11.5	Amp Time(µs): 1.92	Resolution:(eV) 130.4

Phase: **SiK/C K/O K**

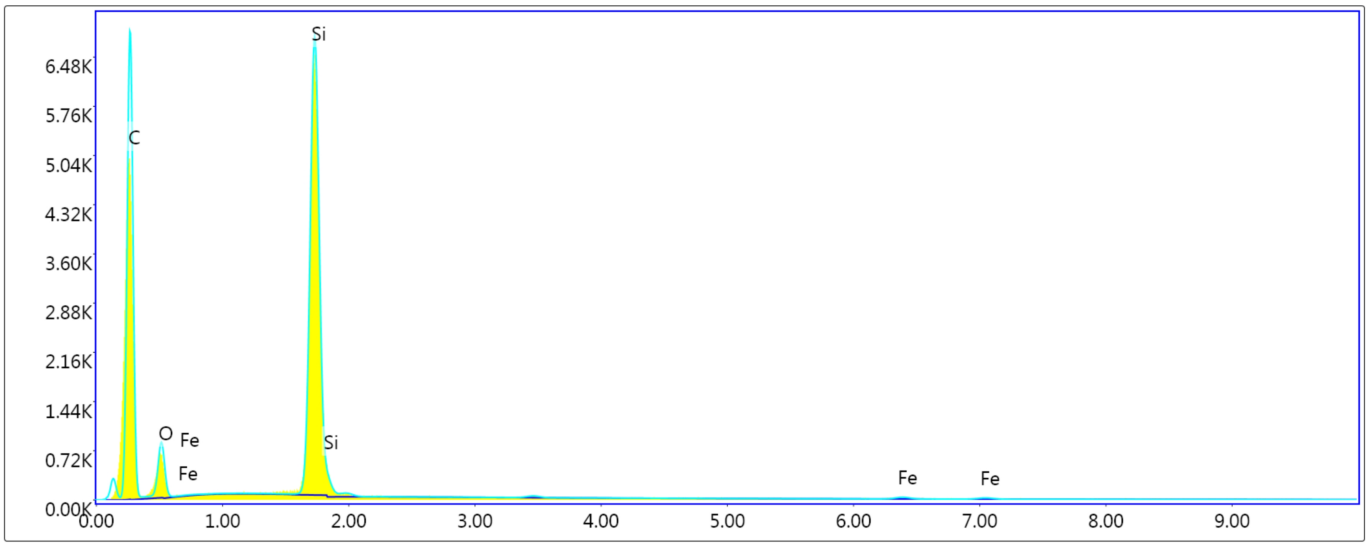


Lsec: 11.5 578 Cnts 0.500 keV Det: Octane Plus

eZAF Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	72.70	83.27	6758.60	8.22	0.2506	1.0300	0.3346	1.0000
O K	9.55	8.21	867.60	11.34	0.0166	0.9794	0.1777	1.0000
SiK	17.02	8.34	10248.70	2.15	0.1430	0.8799	0.9526	1.0021
FeK	0.73	0.18	74.80	15.57	0.0060	0.7252	1.0120	1.1297

kV: 15	Mag: 500	Takeoff: 35	Live Time(s): 293.9	Amp Time(µs): 1.92	Resolution:(eV) 130.4

Phase: SiK

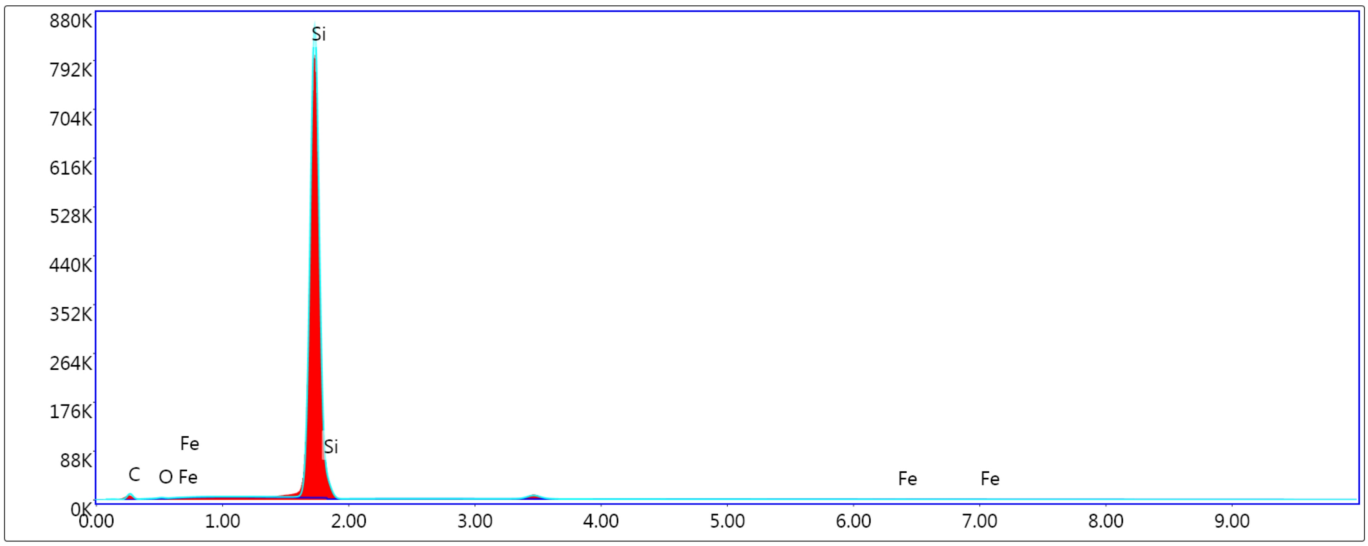


Lsec: 293.9 3.810K Cnts 0.500 keV Det: Octane Plus

eZAF Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	16.48	31.47	380.00	10.70	0.0161	1.1294	0.0867	1.0000
O K	0.54	0.78	64.20	11.33	0.0014	1.0769	0.2407	1.0000
SiK	82.91	67.72	50070.20	1.45	0.7998	0.9715	0.9928	1.0001
FeK	0.07	0.03	6.40	63.07	0.0006	0.8042	0.9946	1.0632

kV: 15	Mag: 500	Takeoff: 35	Live Time(s): 77.2	Amp Time(µs): 1.92	Resolution:(eV) 130.4

Phase: **Unallocated**

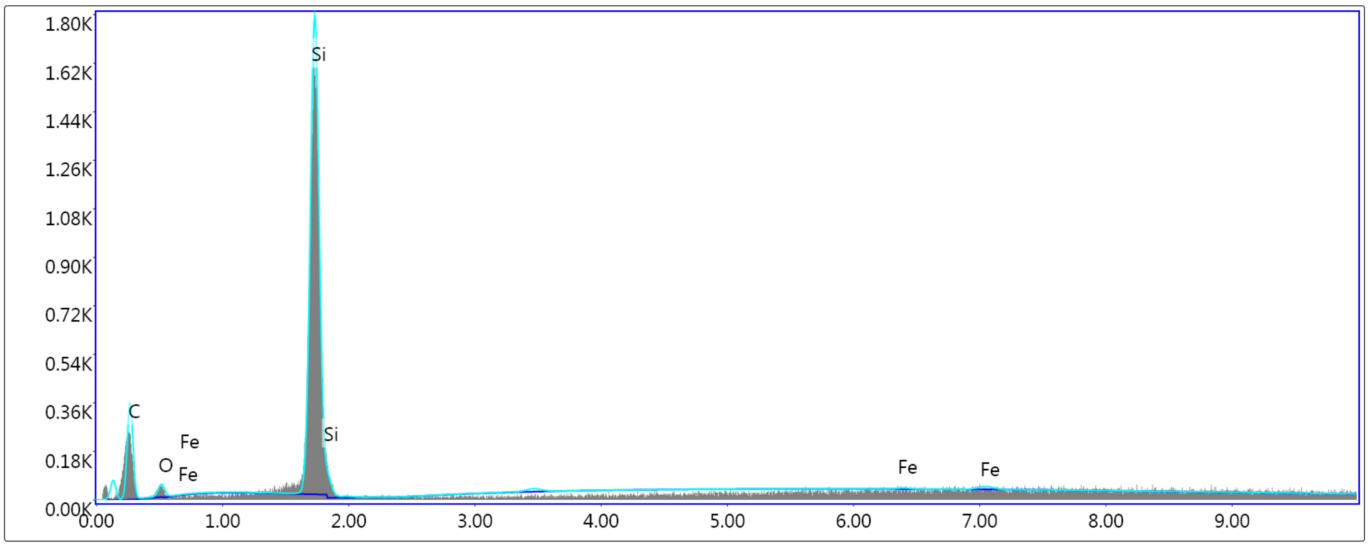


Lsec: 77.2 47 Cnts 0.500 keV Det: Octane Plus

eZAF Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	57.43	74.53	52.50	11.15	0.1104	1.0573	0.1818	1.0000
O K	4.97	4.85	8.70	16.26	0.0095	1.0063	0.1894	1.0000
SiK	36.71	20.37	405.70	2.30	0.3211	0.9053	0.9650	1.0010
FeK	0.89	0.25	1.60	58.22	0.0073	0.7471	1.0069	1.0883

kV: 15	Mag: 500	Takeoff: 35	Live Time(s): 119.1	Amp Time(µs): 1.92	Resolution:(eV) 130.4

Phase: C K/O K

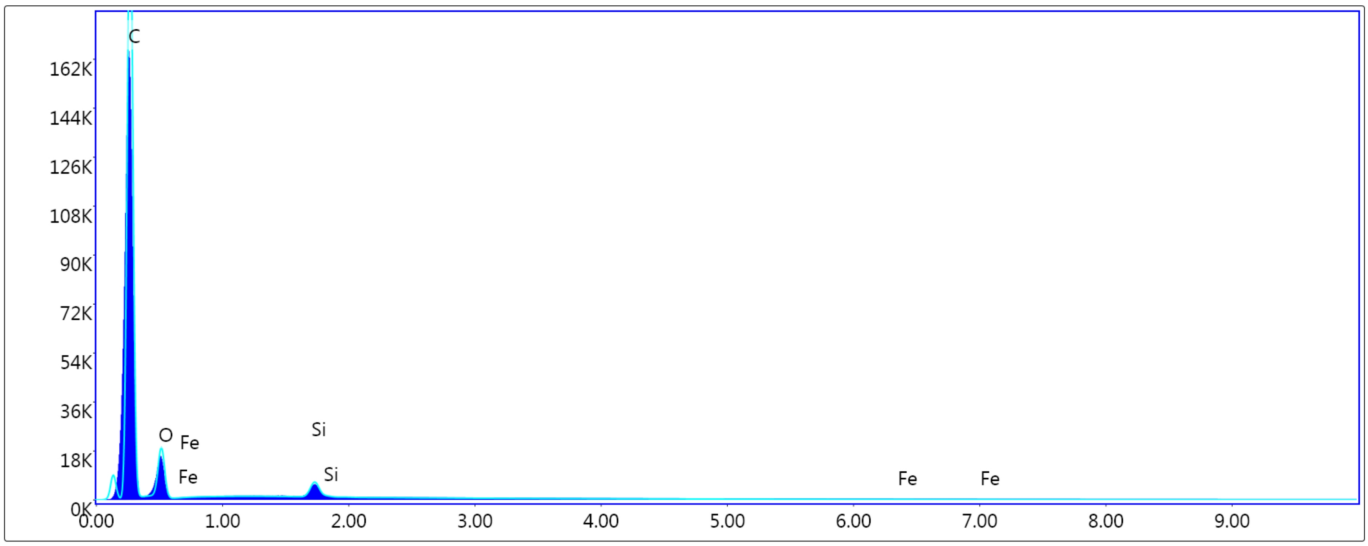

Lsec: 119.1 13.502K Cnts 0.500 keV Det: Octane Plus

eZAF Smart Quant Results

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	81.97	86.18	21383.90	3.41	0.6505	1.0099	0.7859	1.0000
O K	16.85	13.30	1815.20	10.71	0.0285	0.9594	0.1764	1.0000
SiK	1.13	0.51	803.60	2.59	0.0092	0.8608	0.9406	1.0056
FeK	0.05	0.01	7.10	58.14	0.0005	0.7087	1.0170	1.3153