
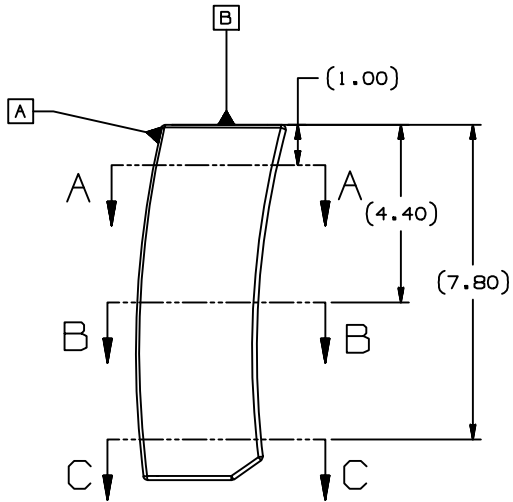



- 常规技术要求:
- CAD三维模型由客户提供，用于创建装配体或此零件，图纸应用于确定关键公差和参考特征。
 - 所有几何尺寸公差（GD&T）须符合ASME Y14.5-2009的几何公差方法。
 - 除客户规定外，所有尺寸均在自由状态下测量
 - 配合的定位或位置按MMC（最大实体原则）
 - 在没有绘图尺寸和基准的情况下，几何数据都是基本的，绝对坐标系的平面表示基准参考平面，
如x-y=基准A，y-z=B和x-z=C
 - 当在绘图指定基准时，尺寸与基准A（作为主要基准），基准B（作为次要基准），基准C（三级）
 - 对于受自由状态变化影响的零件，当零件根据特征控制框（基准A、B、C）定义的功能配合条件受到约束时，
所有几何公差均适用，参见客户及供应商对该零件的批准及阐明。
 -  符号所指定的尺寸为首检尺寸，3pcs样品必须经过充分的检查。FAI报告须经过客户的验证和批准
 -  符号所指定的公差应通过统计过程分析进行监测产品过程控制数据（CP,CPK等）。SPC报告须经过客户的验证和批准
 - 标记的要求，按客户批准的方法进行100%全检。
 - 标记用于数据收集的尺寸，按客户认可的方法对每个 #X 样品进行检查
 - 在制造前，为制造或验证零件所需的所有工装或夹具的设计应得到客户批准，
制造后须在所有工装夹具上永久性的标明客户名称和零件编号（可参考SRAS-2024规范）
 - 部件不含客户规定的污染物、润滑剂和金属屑屑。
 - 部件的包装和标签必须确保每件物品不会因为运输或从包装中取出而被压缩、损坏、压碎或改变其原始状态。
 - 图示尺寸为电镀后尺寸，除非另有说明电镀前尺寸
 - ① 所有材料必须符合客户管理物质规范：069-0135；
② 所有用于制造该部件的粘合剂、涂料和油漆，印刷油墨和清洗剂必须符合客户
挥发性有机化合物VOC规范：099-22549
③ 所有含有回收或可再生成分的材料必须符合回收和可再生材料规范：099-15583
 - 使用客户认可的测量夹具和下列测量设备检查指定区域内的磁通密度，将高斯计设置为“峰值”，并在指定区域内缓慢移动探针
以测量最大（峰值）磁通密度。区域决定探针的大小。探头与磁铁之间的距离必须与实际传感器之间的距离一致,不包括探头外壳。
高斯计：3-AXIS SENIS PROB, MODULE H
 - 遵循客户磁钢 ERS 080-02981

编号	技术参数	技术要求
1	材料	钕铁硼磁钢（钕铁硼烧结磁钢），回收料厂商：CGRE-晨光
2	性能及参数	N48SH-100RC(REE), Br:13.7~14.2kGs() ,Hcb:13.20kOemin() , Hcj:19 kOemin() ,BHmax:4.5~4.9MG0e()
3	镀层种类	镀CuEN,电镀后无明显加工痕迹
4	 镀层厚度	镀层总厚4.5~9.0μm, Cu厚度: 2.5~5.0μm, EN厚度: 2.0~4.0μm, EN PHOS含量按重量计算: 9~14%
5	 达因	在指定表面，连续直线穿过产品,达因OQC≥32mN/m客户达因IQC≥30mN/m（内控≥36mN/m）
6	 盐雾试验	产品须通过ASTM B117-11的盐雾试验24小时，每批测量并报告32PCS，测试后无腐蚀或点蚀现象。
7	 光泽度	在60°角度下的光泽度：177.5±87.5GU
8	磁矩	磁矩：3.05±0.24μWb•cm，每批都需要测量磁矩，使用亥姆霍兹线圈或客户PPD/MDE认可的其它测试装置在LE磁通计上测量。
9	磁化方式	充磁供货，供货时使用客户批准的包装方式 
10	镭雕	如图所示在凹面做单面黑色镭雕，位置居中，公差为±0.2
11	FD 表磁	/
12	AF 吸力	/
13	加工方式	使用多线弧切加工
14	Flux Loss（磁损）	内控:TBD
15	镀层剥离力	内控:TBD
16	镀层剥离力（麦拉测试）	内控:TBD
17	粗糙度	Ra-X: 0.35±0.20μm Ra () /Ra-Y: 0.35±0.20μm Ra ()
18	颜色 LAB	L: 60~75 / a: 1.2~2.7 / b: 4.5~10
19	 硬度	600±100Hv
20	强度（抗弯）测试	/
21	 湿热循环测试	使用客户PPD/MQE批准的测试装置，通过72HR 85°C/85%RH热浸（参考客户要求080-1654-K） 和65°C/90%RH到-20°C/湿度不控 的湿热循环测试（参考客户要求080-1656-H）， 磁矩MM值下降小于5%，每批测试10pcs使用客人批准的方法
22	体积、表面积	表面积中值：73.2898mm ² ，体积中值：23.2379mm ³ ，
23	重量	内控:TBD
24	表面要求	电镀后无裂纹或碎屑-参照069-8198 等级C，按照客户批准的装置。 
25	镭雕前图	06083-05689-A镭雕前图

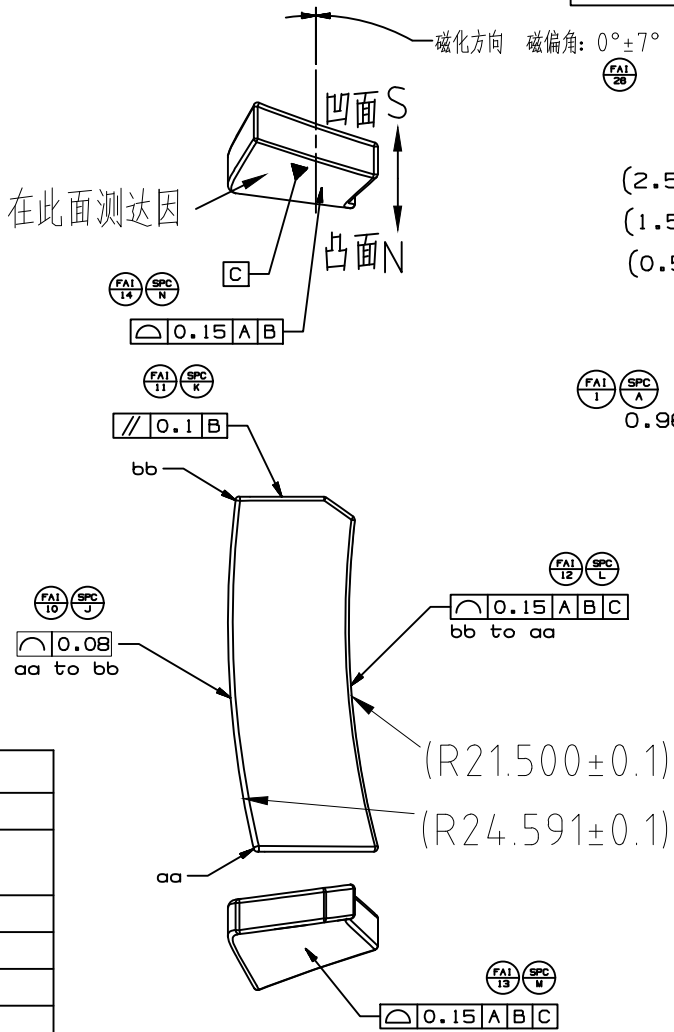


未注尺寸公差表	
小数点位数	公差
X.X	±0.2
X.XX	±0.10
X.XXX	±0.05
未注角度公差: ±0.5° 未注R角: R0.15±0.1 ()	
未注面轮廓度:  0.2 A B C	

修改标记	内部版本	版本	日期	变更内容
	I	91	25.06.24	增加客户达因要求，更改版本号
	J	A	25.09.05	更改版本号

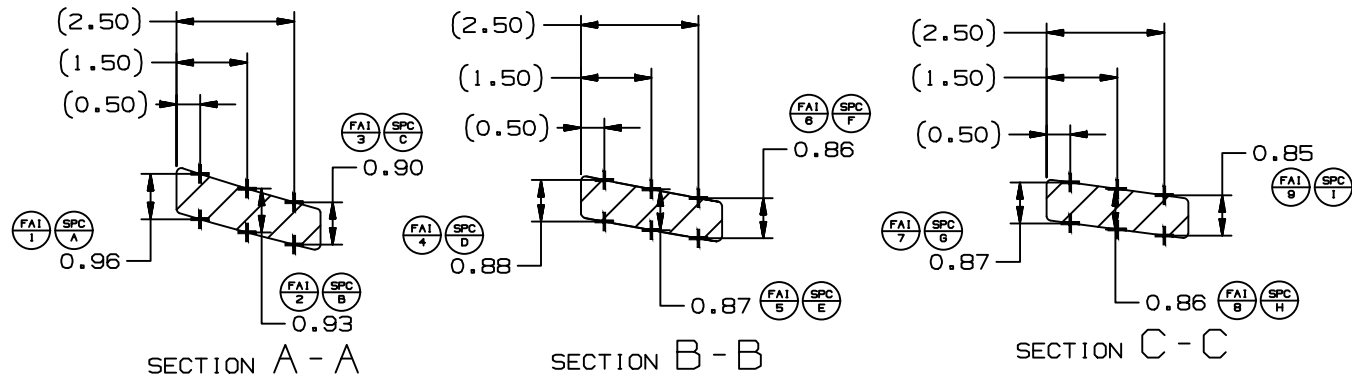

镭雕尺寸图（在凹面单面做此镭雕）

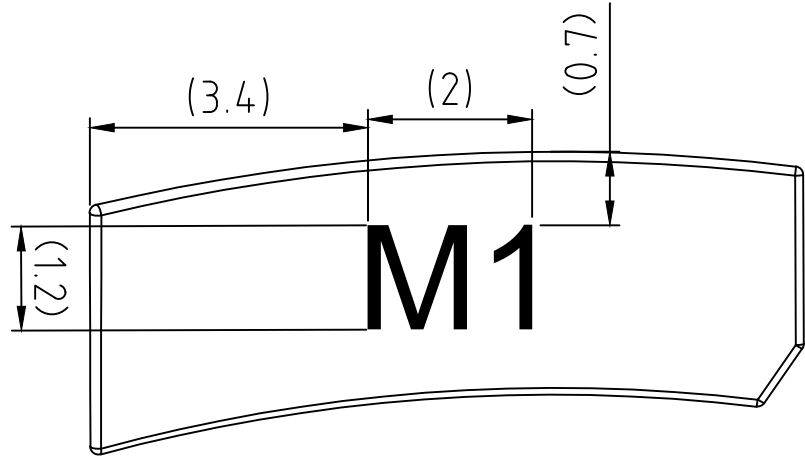

项目名		BH47		P/N		/			
	姓 名	日 期	图 号	品 名	版 本	单 位	第一视角	共 1 张	
制 图	王远	24.11.27	06083-05689-A 			mm		第 1 张	
审 核			宁波磁声实业有限公司 Ningbo Magsound Industrial Co. Ltd.						
批 准									

This document is confidential and contains proprietary information. This document and its contents may not be reproduced, disclosed, or shared without the express written consent of Magsound.

本文件为机密文件，包含专有信息。未经 Magsound 明确书面同意，不得复制、披露或共享本文档及其内容。