Relatorio de Segmentacao de Poros

EDS / CBS / QEMSCAN - Analise Morfometrica PARTISAN

Imagem analisada : S1.png (Grão 2)

Data de geracao : 30/03/2026 18:58

Porosidade total : 11.038%

Poros analisados : 152

Gerado por: pore_segmentation (Ilastik 1.4 + PARTISAN v2.0)

Parametros de Configuracao

```
ilastik.ilastik_exe: D:\WILLIAM\ilastik-1.4.1.post1\ilastik.exe
ilastik.project_path: D:\WILLIAM\PHYGEO2026\MORPHO\pore_segmentation\MyProject.ilp
ilastik.n_threads: 4
ilastik.ram_mb: 4096
ilastik.pore_class_index: 0
preprocessing.tile_size: 0
preprocessing.normalization: percentile
preprocessing.norm_percentile_low: 1
preprocessing.norm_percentile_high: 99
postprocessing.threshold_method: otsu
postprocessing.threshold_value: 0.5
postprocessing.morphology_opening_radius: 2
postprocessing.morphology_closing_radius: 2
postprocessing.morphology_fill_holes: True
postprocessing.min_pore_area_px: 50
postprocessing.max_pore_area_px: 0
output.output_dir: results
output.export_formats: ['csv', 'excel']
output.generate_overlay: True
output.generate_report: True
output.overlay_colormap: jet
output.figure_dpi: 150
logging.level: INFO
```

Resumo da Segmentacao

Total de poros detectados : 152

Porosidade total : 11.0384%

Area media dos poros : 708.1 px

Area mediana dos poros : 178.5 px

Maior poro : 35383 px

Menor poro : 50 px

Metricas PARTISAN - medias:

CI_Circ (circularidade) : 0.4907

CI_AR (razao aspecto) : 2.6696

CI_Sol (solidez) : 0.7770

FF (form factor) : 0.4907

Probabilidade

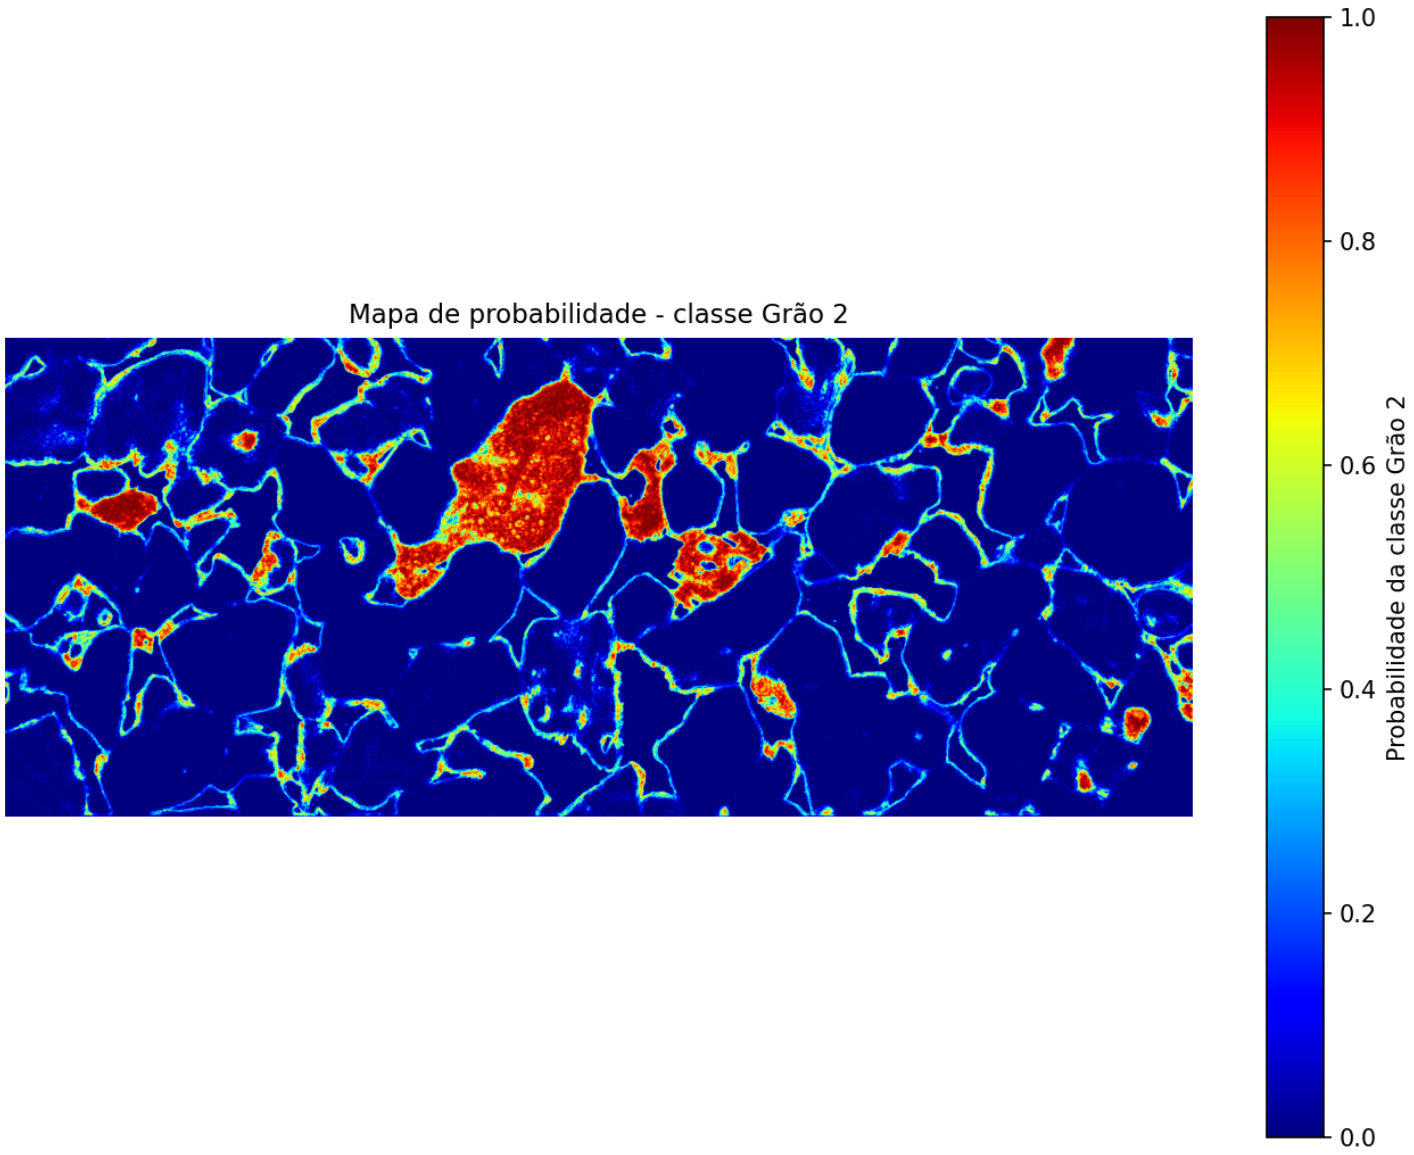

Overlay

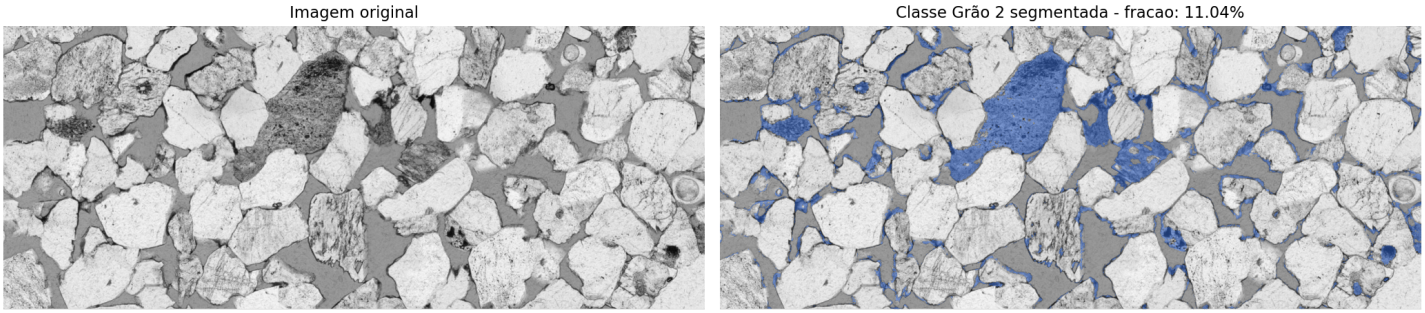

Labels

Poros individuais (N=264)

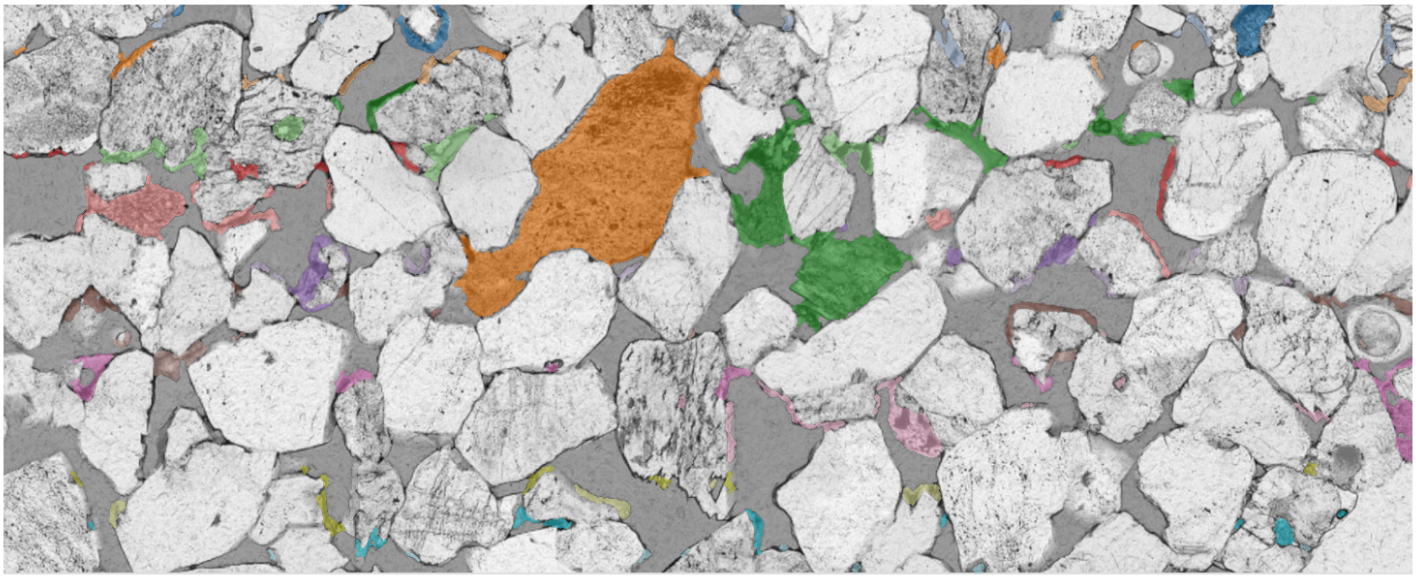

Histogramas

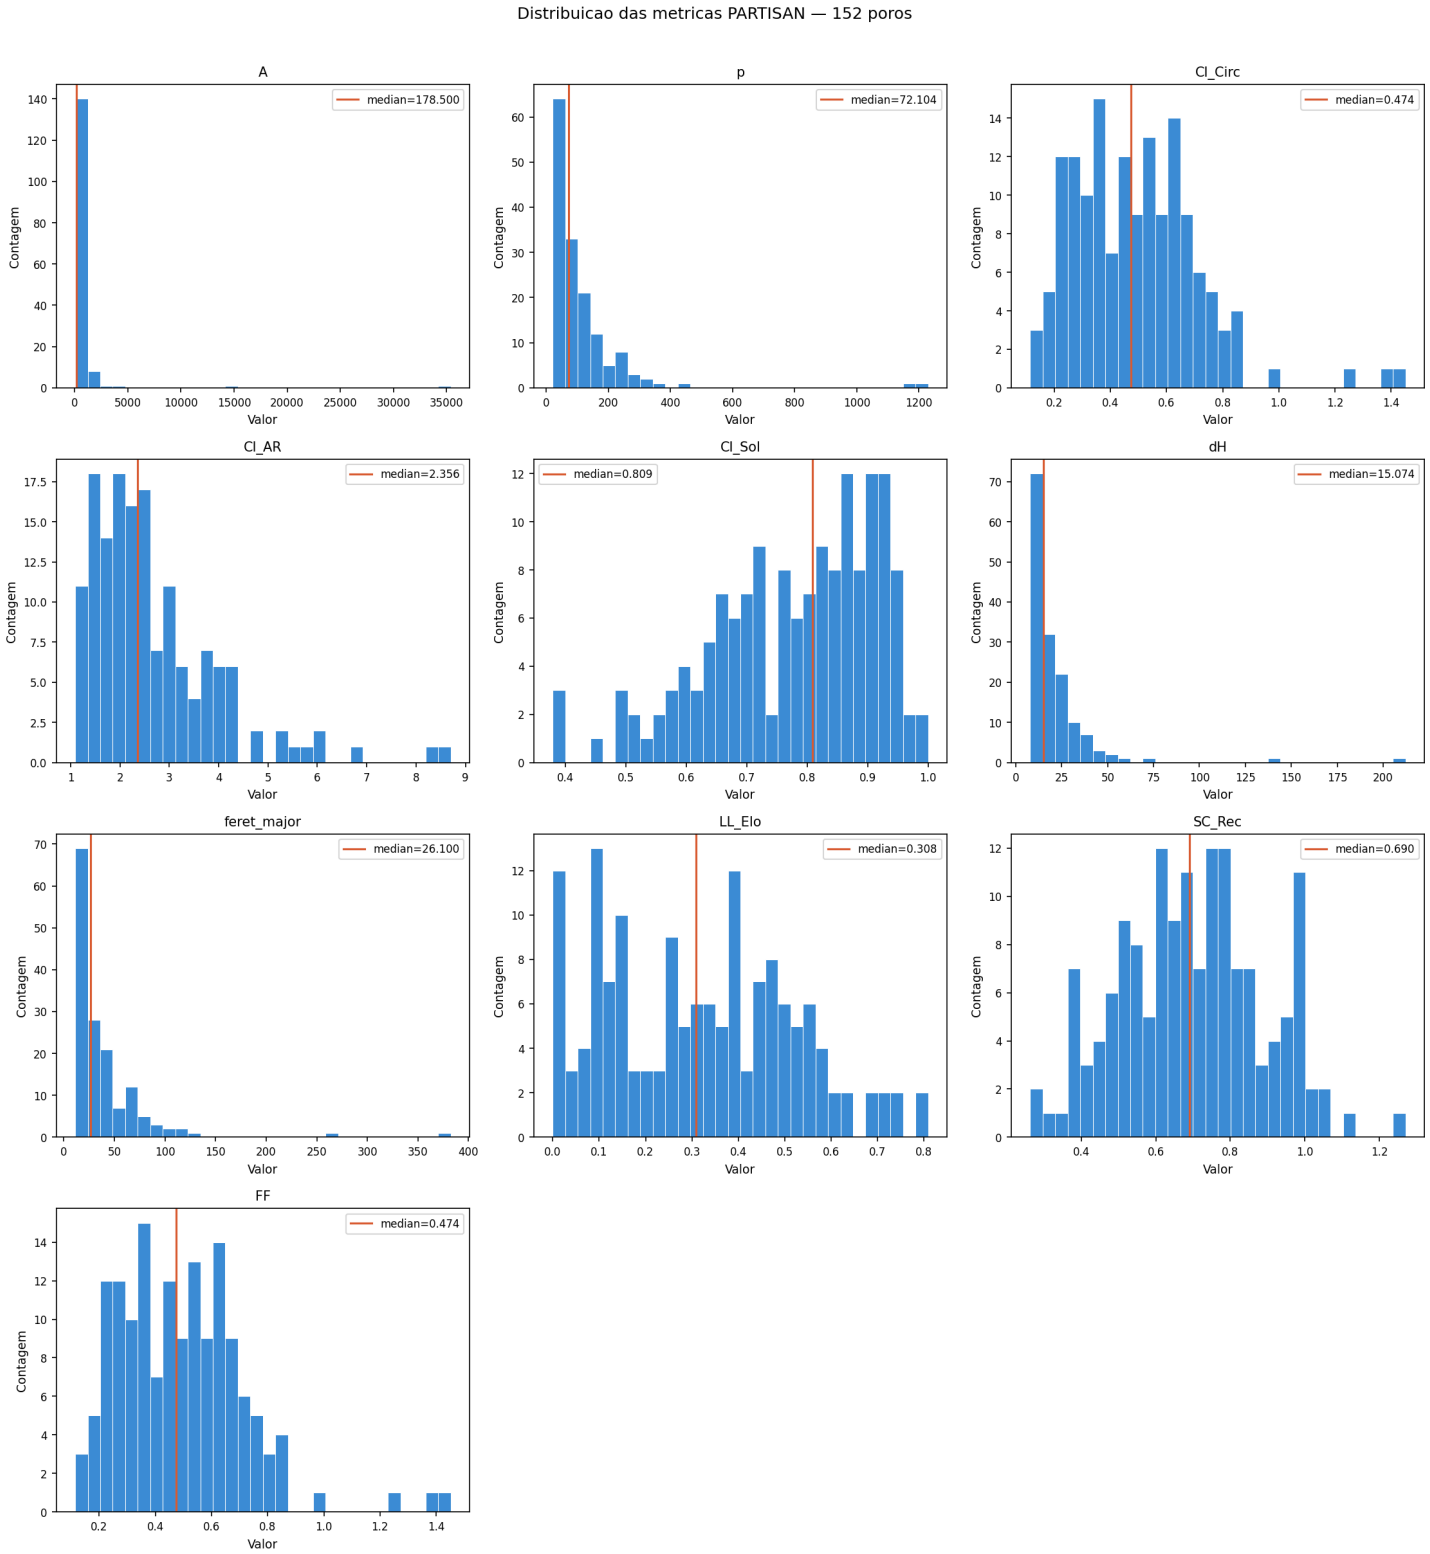

Estatisticas Descritivas - Metricas PARTISAN

Metrica	Count	Mean	Std	Median	Min	Max
p	152	113.5998	147.8897	72.1041	20.3848	1229.4571
A	152	706.9145	3122.3039	178.5000	48.0000	35383.0000
w	152	17.0258	19.8043	11.4243	3.5355	165.8908
b	152	36.8721	41.0181	24.1473	7.7782	381.2056
c	152	65.9440	67.5631	47.3576	24.5598	666.8102
a	152	31.7500	34.2575	23.0000	8.0000	371.0000
m	152	10.0301	9.9854	7.4300	3.3684	94.6466
Lb	152	35.1316	40.2024	22.5000	8.0000	381.0000
Wb	152	22.5197	24.4126	15.0000	3.0000	205.0000
dH	152	20.9906	21.5060	15.0744	7.8176	212.2523
pHull	152	97.1164	105.8299	67.3762	22.3848	958.3545
Ahull	152	1091.8618	4677.9285	235.0000	54.0000	48817.0000
ece	152	101.1145	110.9583	66.0155	28.2030	971.5104
L_maj	152	39.7627	41.9271	25.7361	9.0951	354.9292
L_min	152	15.7047	17.5475	10.9108	4.3272	148.6690
d_BC	152	38.0726	41.8968	25.0997	10.1980	381.3522
feret_major	152	38.9961	41.8876	26.0997	11.1980	382.3165
feret_minor	152	17.0258	19.8043	11.4243	3.5355	165.8908
w_f	152	36.8721	41.0181	24.1473	7.7782	381.2056
DL_Circ	152	1.5476	0.3843	1.4526	0.8300	2.9570
DL_Rec	152	1.0062	0.1111	0.9986	0.4633	1.5528
DL_Com	152	0.6968	0.1932	0.6904	0.2626	1.2706
DL_Elo	152	3.3369	1.7238	2.9906	1.1803	10.9101
CI_Circ	152	0.4907	0.2251	0.4740	0.1144	1.4516
CI_AR	152	2.6696	1.3142	2.3559	1.0926	8.6999
CI_Con	152	0.9428	0.1349	0.9378	0.6344	1.9979
CI_Sol	152	0.7770	0.1379	0.8088	0.3793	1.0000
LL_Circ	152	0.6829	0.1566	0.6884	0.3382	1.2048
LL_AR	152	0.6862	0.2040	0.6919	0.1912	1.0000
LL_Elo	152	0.3138	0.2040	0.3081	0.0000	0.8088
LL_Con	152	0.9194	0.0871	0.9289	0.6069	1.4499
LL_Sol	152	0.7770	0.1379	0.8088	0.3793	1.0000
LI_AR	152	0.4508	0.1814	0.4245	0.1149	0.9153
LI_Con	152	0.9194	0.0871	0.9289	0.6069	1.4499
LI_Sol	152	0.7770	0.1379	0.8088	0.3793	1.0000
SC_Circ	152	0.4023	0.1681	0.3845	0.0846	0.7713
SC_Rec	152	0.6968	0.1932	0.6904	0.2626	1.2706
SC_ARF	152	0.5128	0.2017	0.4853	0.1423	1.0000
SC_AR	152	2.3070	1.0448	2.0606	1.0000	7.0275
FF	152	0.4907	0.2251	0.4740	0.1144	1.4516
Reg	152	0.1803	0.1641	0.1178	0.0027	0.7294