

תעודת בדיקה מספר 7213220839

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : פוליביד תעשיות אגש"ח בע"מ ח.פ. : 570047217
מענו : משמר הנגב משמר הנגב 85315
תאריך ההזמנה : 2022/09/21

תאור המוצר

בדיקות מוליכות חום לחומרי בידוד 2 דוגמאות זהות - טמפ' אחת
הדגם הנבדק : F15 פוליסטירן מוקצף EPS
ארץ יצור : ישראל

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיף 5.10-מוליכות טרמית של התקן הישראלי ת"י 5450 - בידוד תרמי- שיטה לבדיקת מוליכות טרמית של חומרים, מאוגוסט 2007, גליון תיקון מספר 2 מדצמבר 2020

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 6 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2022/10/13

תאריך הפקת תעודה

יעקב אבני תפקיד טכנאי בודק

שם המאשר:

רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, ענף מערכות אנרגיה טל': 03-6465332 פקס: 03-6461092 WWW.sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 7213220839

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 6

תאור מודחב של המוצר

תאור: יצרן :

פוליביד תעשיות אגש"ח

הגדרת המוצר :

הדגם הנבדק: פוליסטירן מוקצף (EPS) - צפיפות 15 גר'/ל (ק"ג/מ"ק)

תעודת בדיקה מספר 7213220839

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 6


מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה
5.10	מוליכות טרמית	מקדם מוליכות חום: ; $0.0372 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ המסה ליח. נפח: 14.70 ק"ג/מ^3 ; טמפרטורה ממוצעת: 10.0 מעלות צלזיוס	מידות דוגמה מס' 1: $29.43 \times 300 \times 300$ מ"מ בקירוב מידות דוגמה מס' 2: $28.57 \times 300 \times 300$ מ"מ בקירוב משקל דוגמה מס' 1 אחרי ייבוש: 38.80 גרם משקל דוגמה מס' 2 אחרי ייבוש: 37.80 גרם

תעודת בדיקה מספר 7213220839

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 6

נספח לסעיף 5.10

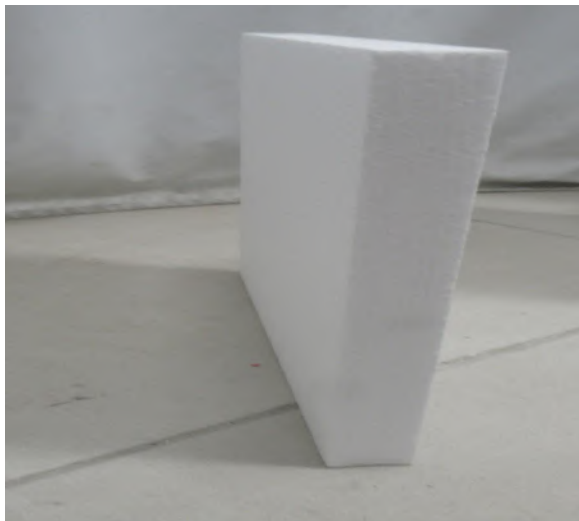

נספח לסעיף 5.10



נספח לסעיף 5.10



נספח לסעיף 5.10

THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL						
MEASURING THERMAL CONDUCTIVITY						
Report No.: 7213220841						
Sample Thickness: 29.85 mm						
Sample Material: POLYBID (polyethylene)						
Dimension: (50x50x29.85)						
Test date: TLP 300 - DTK, Two-date-measurement						
Test with: Test measurement after Software-Update with Correction A, B, C						
Remarks: Lambda V.2012, Two-plateA						
Operator: Autu						
Measuring No.	Heating power (W)	Temperature cold sample surface (°C)	Temperature warm sample surface (°C)	Temperature difference on sample (°C)	Sample mean temperature (°C)	Thermal conductivity (W/m·K)
1	0.209	5.1	15.1	10.1	10.1	0.0310
Lambda (10.1°C) = 0.031 W/(m·K)						
Result +/- expanded uncertainty (factor 2)						
- 30.09.2022						
Validated and approved by: Dr. Yehonatan Section Thermal conductivity						

תעודת בדיקה מספר 7213220839

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 6

נספח לסעיף 5.10



נספח לסעיף 5.10



נספח לסעיף 5.10



נספח לסעיף 5.10



תעודת בדיקה מספר 7213220839


בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 6

נספח לסעיף 5.10



נספח לסעיף 5.10

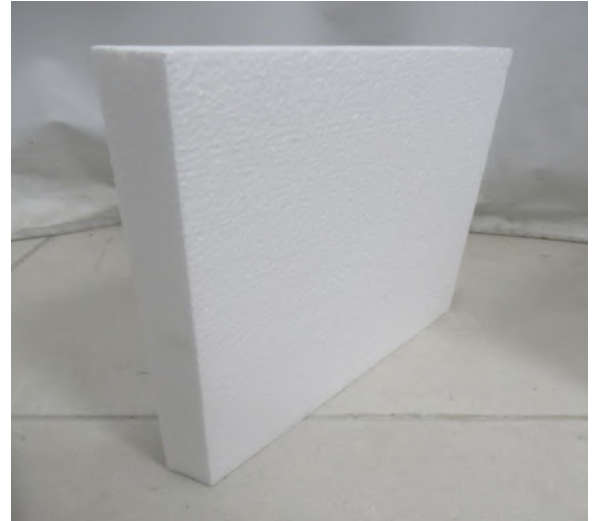

סוף תעודת הבדיקה