

1. Rom File Inventory

Stock ROM CIL MARET-APRIL 2026

PT BULAWAN DAYA LESTARI

No	Sampel ID	Ore Stacking (Dome)	Ore Type - Lithology	Truckcount (m3)	Survey (m3)	Bulk Density	Tonage
1	G 00290-00313 BB	RP_VM_1	Vein, Massive Banded		182	1,6	292
2	G 00272-00279 BB	RP_SV_1	Sandy, Veinlet, Oxide		77	1,6	123
3	G 00318-00329 BB	RP_VM-2	Vein, Massive-banded		67	1,6	108
4	G 00330-00333 BB	RP_SV_2	Sandy, Veinlet, Oxide		58	1,6	92
5	G 00350-00352 BB	RP_VM_3	Vein, Massive-banded		54	1,6	86
6	G 00394-00405 RC	RP_SV_3	Sandy, Veinlet, Oxide		54	1,6	86
7	G 00350-00352 BB	RP_VM_4	Vein, Massive-banded		54	1,6	86
8	G 00480-00492 BB	RP_VM_5	Vein, Massive-banded		150	1,6	240
9	G 00528 - 00535 BB	RP_VM_6	Vein, Massive-banded		32	1,6	51
10	G 00536 - 00540 BB	RP_SV_6	Sandy, Veinlet, Oxide		48	1,6	77
11	G 00632 - 00631 RC	RP_VM_7	Vein, Massive-banded		79	1,6	126
12	G 00632 - 00636 BB	RP_VM_8	Vein, Massive-banded		42	1,6	67
13	G 00657 - 00662 BB	RP_VM_9	Vein, Massive-banded		54	1,6	86
14	G 00666 - 00670 BB	RP_VM_10	Vein, Massive-banded		24	1,6	38
Total							1556
Average							


Date Start : 30/04/2026

Date Finish : 22/05/2026

PIC Report : Dyan Ramdhani

Description	Batch 1	Batch 2	Batch 3	Batch 4	Batch 5	Batch 6
	Tank 2	Tank 3	Tank 2	Tank 3	Tank 2	Tank 3
Material Process (ton)	254	265	266	256	265	229
Volume Slurry on tank (m ³)	540	540	647	647	647	781
Solution (m ³)	415	415	501	501	497	646
Gold Au						
Head grade, ppm	1,156	1,202	0,860	0,856	0,874	0,639
solid tail , ppm	0,109	0,107	0,128	0,110	0,119	0,081
Solution residu, ppm	0,012	0,011	0,005	0,023	0,018	0,033
% Recovery	89%	90%	84%	82%	83%	73%
Silver, Ag						
Head grade, ppm	1,152	1,070	2,010	2,444	1,205	0,874
Solid tail, ppm	0,340	0,360	0,161	0,255	0,311	0,500
% Recovery	62%	66%	92%	90%	74%	43%
Copper, Cu						
Head Grade, ppm	16,436	15,023	11,333	11,694	15,315	16,896
Solid Tail, ppm	13,340	11,310	7,342	3,890	14,498	13,100
%Recovery	24%	25%	35%	67%	5%	22%
Estimate						
Metal Content Recovered (gr)						
Gold, Au	276	286	192	180	191	106
Silver, Ag	165	188	491	561	237	86
Copper, Cu	1176	985	1060	2000	216	870

Estimate %Recovery Process/Batch

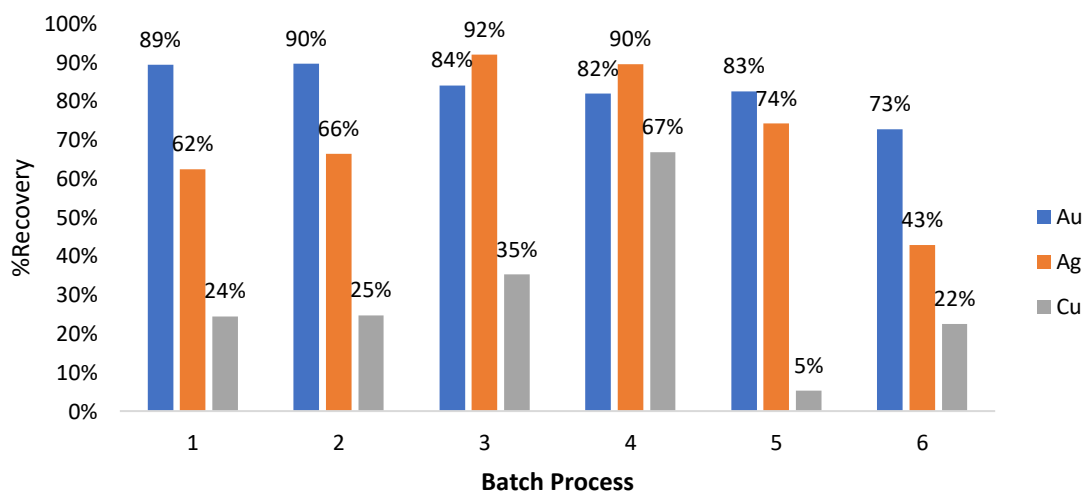

Summary

1. Dari hasil pengambilan data dan pengolahan data yang sudah dilakukan pada commissioning processing plant PT BDL, yang dilakukan dari tanggal 30/04/2026-22/05/2026, data disini merupakan data yang diambil dari proses pengolahan yang dimulai dari area milling (ball mill), Leaching process, dan tailing process filter press.
2. Total material process pada commissioning yang dilakukan kali ini yaitu **1536** ton.
3. Average Head grade atau fresh ore pada commissioning kali ini Adalah sebagai berikut :

Leach Feed Ball Mill Head Grade			
	Au	Ag	Cu
Average (Rata-rata)	0,931	1,459	14,449
Median	0,867	1,179	15,169
Min	0,639	0,874	11,333
Max	1,202	2,444	16,896

4. Total batch process pengolahan yang dilakukan kali ini yaitu 6 batch process pengolahan dimana memperoleh hasil estimasi metal content recovered gr yang diperoleh sebagai berikut :


Batch	Estimasi Metal Content Recovered		
Process	gr		
No	Au	Ag	Cu
1	276	165	1176
2	286	188	985
3	192	491	1060
4	180	561	2000
5	191	237	216
6	106	86	870
Total	1231	1729	6308

5. Average %Recovery dari total 6 Batch Proses yang sudah dilakukan Adalah sebagai berikut :

Batch Process	Estimasi %Recovery Metal		
No	Au	Ag	Cu
1	89%	62%	24%
2	90%	66%	25%
3	84%	92%	35%
4	82%	90%	67%
5	83%	74%	5%
6	73%	43%	22%
Average	83%	71%	30%


6. Penggunaan reagent dan reagent consumption pada commissioning kali ini yaitu sebagai berikut :

A. Reagent Additional

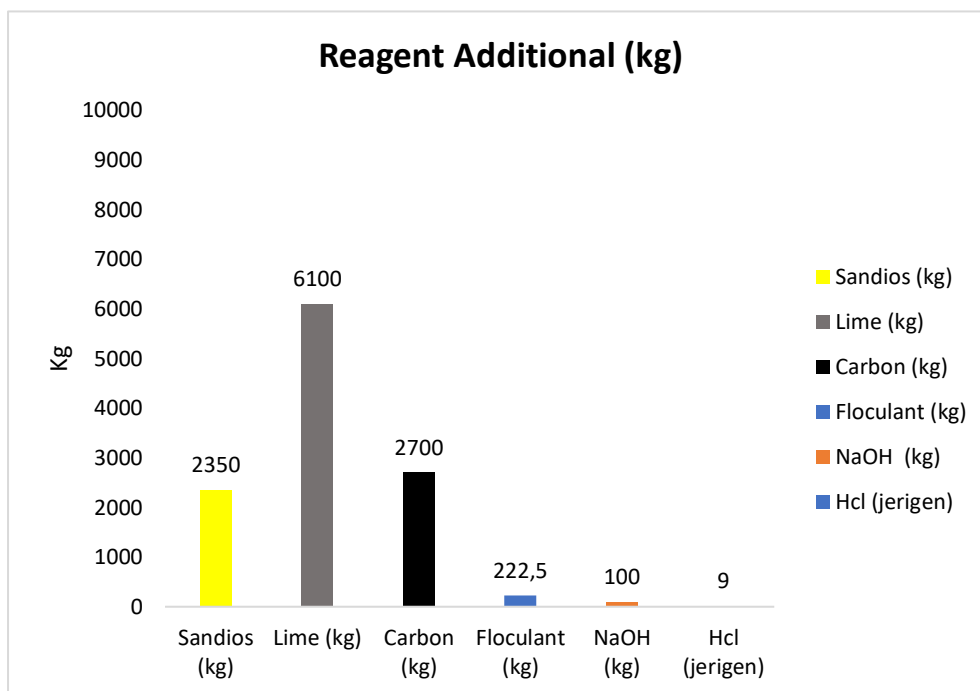

Reagent Additional (kg)					
Sandios (kg)	Lime (kg)	Carbon (kg)	Flocculant (kg)	NaOH (kg)	Hcl (jerigen)
2350	6100	2700	222,5	100	9

B. Reagent Consumption

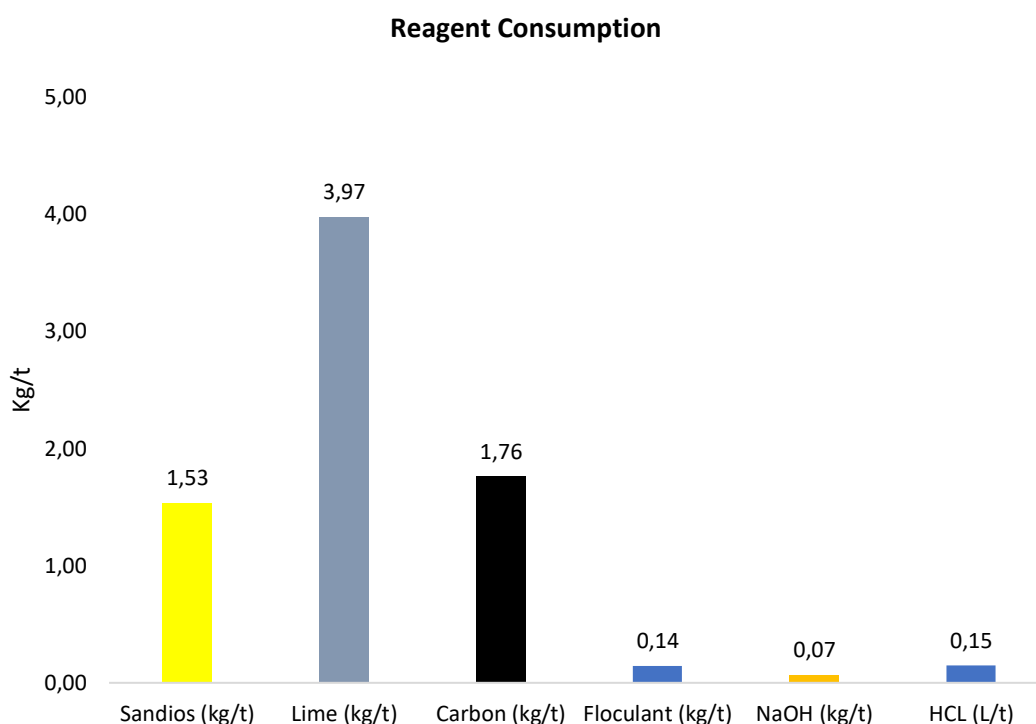

Reagent Consumption					
1,53	3,97	1,76	0,14	0,07	0,15
Sandios (kg/t)	Lime (kg/t)	Carbon (kg/t)	Flocculant (kg/t)	NaOH (kg/t)	HCL (L/t)

Comissioning Report Processing Plant PT BDL, May 2026

2. Filter Press Production Estimate

A. Filter Press 01 dan 02 Production Tonnage

Filter Press 01						
No	Date	Shift	Siklus Process	WMT	%Moisture	DMT
1	09/05/2026	Day	10	60	18%	49
2	09/05/2026	Night	5	30	20%	24
3	10/05/2026	Day	10	60	19%	49
4	10/05/2026	Night	5	30	20%	24
5	12/05/2026	Night	12	72	18%	59
6	12/05/2026	Day	7	42	19%	34
7	15/05/2026	Day	4	24	20%	19
8	15/05/2026	Night	12	72	18%	59
9	17/05/2026	Day	15	90	20%	72
10	17/05/2026	Night	10	60	20%	48
11	23/05/2026	Day	12	72	18%	59
12	23/05/2026	Night	12	72	19%	58
Total						554

Filter Press 02						
No	Date	Shift	Siklus Process	WMT (Wet Metrix Ton)	%Moisture	DMT (Dry Metrix Ton)
1	09/05/2026	Day	10	120	18%	98
2	09/05/2026	Night	5	60	20%	48
3	10/05/2026	Day	10	120	19%	97
4	05/09/2026	Day	4	48	20%	38
5	12/05/2026	Night	10	120	19%	97
6	12/05/2026	Day	5	60	19%	49
7	15/05/2026	Day	4	48	20%	38
8	15/05/2026	Night	12	144	18%	118
9	17/05/2026	Day	12	144	20%	115
10	17/05/2026	Night	7	84	20%	67
11	23/05/2026	Day	10	120	18%	98
12	23/05/2026	Night	10	120	19%	97
Total						962

Estimate Capacity per siklus	
Fp 01	Fp 02
6	12

Total Production
1517

B. Tailing Check

Daily Monitoring sandios ppm on Solid Tailing Cake Filter Press

No	Date	Id Sampel	Lab Technician	Berat Solid (gr)	FP	V Sampel (ml)	V Agno3 (ml)	M Agno3	Sandios ppm	pH
1	09/05/2026	Filter Press Day Shift	Gerald	1000	1	10	0	0,01	<0,05	6,5
2	09/05/2026	Filter Press Night Shift	Gerald	1000	1	10	0	0,01	<0,05	7
3	10/05/2026	Filter Press Day Shift	Gerald	1000	1	10	0	0,01	<0,05	7,1
4	10/05/2026	Filter Press Night Shift	Gerald	1000	1	10	0	0,01	<0,05	7
5	12/05/2026	Filter Press Day Shift	Gerald	1000	1	10	0	0,01	<0,05	7
6	12/05/2026	Filter Press Night Shift	Gerald	1000	1	10	0	0,01	<0,05	7
7	15/05/2026	Filter Press Day Shift	Gerald	1000	1	10	0	0,01	<0,05	7
8	15/05/2026	Filter Press Night Shift	Gerald	1000	1	10	0	0,01	<0,05	7
9	17/05/2026	Filter Press Day Shift	Gerald	1000	1	10	0	0,01	<0,05	7
10	17/05/2026	Filter Press Night Shift	Gerald	1000	1	10	0	0,01	<0,05	7,2
11	23/05/2026	Filter Press Day Shift	Krisna	1000	1	10	0	0,01	<0,05	6,8
12	23/05/2026	Filter Press Night Shift	Krisna	1000	1	10	0	0,01	<0,05	6,7