



高温尼龙材料物性表

PPA 产品系列
非增强规格

牌号: WP100A-SJ

中国.重庆

Chongqing Wolf Chemical Co.Ltd



重庆沃尔夫化工有限公司
PPA 材料物性表

Technical Data Sheet

牌号 (Grade) : PPA-WP100A-SJ (本色、黑色)


PPA(高温尼龙)

PPA-WP100A-SJ 是非增强改性制得的 PPA 材料，具有低吸水率、高韧性、耐高温等特点。

物理性能 (Physical Property)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
比重 (Specific Gravity)	ISO 1183	g/cm ³	1.06
成型收缩率 (Molding Shrinkage)			
平行方向 (Flow)	GB/T 15585	%	0.43
垂直方向 (Across Flow)	GB/T 15585	%	0.59
吸水率 (Water Absorption) 23℃, 24h	ISO 62	%	0.32
机械性能 (Mechanical Property)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
拉伸强度 (Tensile Strength)	ISO 527	Mpa	85
断裂伸长率 (Tensile Elongation)	ISO 527	%	10
弯曲模量 (Flexural Modulus)	ISO 178	Gpa	2.8
弯曲强度 (Flexural Strength)	ISO 178	Mpa	125
缺口冲击强度 (Notched Izod Impact)	ISO 179	KJ/m ²	10
热性能 (Thermal Property)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
熔点 (Melting Point)	ISO 11357	℃	306
热变形温度 (Thermal deformation temperature) @0.45Mpa	ISO 75-2	℃	155
阻燃性 (Flame retardancy)	UL-94	class	HB
电性能 (Electrical Properties)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
介电强度 (Dielectric Strength)	IEC 60243	KV/mm	30
介电常数 (Dielectric Constant)	IEC 60250		
损耗系数 (Loss Coefficient)	IEC 60250		
体积电阻率 (Volume Resistivity)	IEC 60093	Ω . cm	2.2×10 ¹⁶
CTI (Comparative Tracking Index)	IEC 60112	V	400
注塑条件 (Injection condition)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)



注塑流程

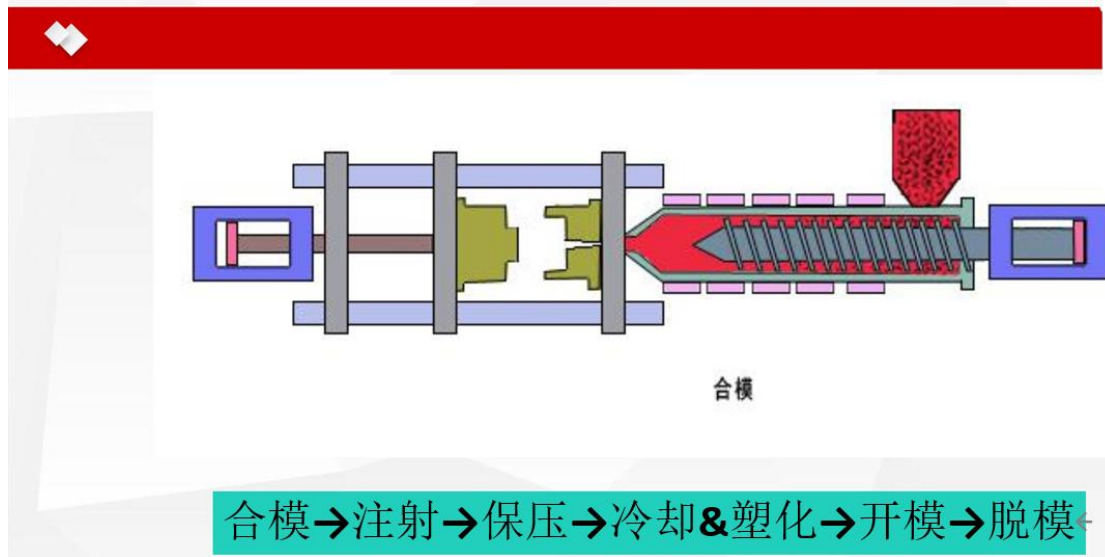

成型条件

树脂温度：320~345℃（熔点+20~30℃）
模具温度：140~170℃
干燥：140℃，3h以上（除去水分和挥发性组分）
填充速度：30~100mm/sec
保压压力：40~80MPa
保压时间：浇口固化
冷却时间：计量时间 + α
螺杆转速：80~150rpm
螺杆背压：2~5MPa
射出终点：5~10mm

更多产品信息及技术资料，请关注微信公众号“重庆沃尔夫化工有限公司”

