



聚苯硫醚材料物性表

PPS 产品系列
玻纤增强

牌号: WG402S-ASJ

中国.重庆

Chongqing Wolf Chemical Co.Ltd



重庆沃尔夫化工有限公司
PPS 材料物性表

Technical Data Sheet

牌号 (Grade) : PPS-WG402S-ASJ (黑色)

PPS (聚苯硫醚)

PPS-WG402S-ASJ 是采用 40%玻璃纤维增强改性制得的 PPS 复合材料，具有高强度、高韧性、良好的金属和环氧、硅胶粘接性能、喷漆附着力、激光打码、耐高湿热、耐高低温冲击等特点，同时具有低模温成型特点。


适用于电机电控铜排、淋油环、滤波器、电容器、电子产品外壳等。

物理性能 (Physical Property)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
比重 (Specific Gravity)	ISO 1183	g/cm ³	1.64
成型收缩率 (Molding Shrinkage)			
平行方向 (Flow)	GB/T 15585	%	0.27
垂直方向 (Across Flow)	GB/T 15585	%	0.53
吸水率 (Water Absorption) 23℃, 24h	ISO 62	%	0.02
机械性能 (Mechanical Property)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
拉伸强度 (Tensile Strength)	ISO 527	Mpa	195
断裂伸长率 (Tensile Elongation)	ISO 527	%	1.9
弯曲模量 (Flexural Modulus)	ISO 178	Gpa	15
弹性模量 (Elastic modulus)	ISO 4662	Gppa	14.5
弯曲强度 (Flexural Strength)	ISO 178	Mpa	285
缺口冲击强度 (Notched Izod Impact)	ISO 179	KJ/m ²	11
热性能 (Thermal Property)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
熔点 (Melting Point)	ISO 11357	℃	280
热变形温度 (Thermal deformation temperature) @1.8Mpa	ISO 75-2	℃	265
RTI	UL	℃	180
阻燃性 (Flame retardancy)	UL-94	class	V-0
电性能 (Electrical Properties)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
介电强度 (Dielectric Strength)	IEC 60243	KV/mm	22
介电常数 (Dielectric Constant)	IEC 60250		4.2
损耗系数 (Loss Coefficient)	IEC 60250		0.004
体积电阻率 (Volume Resistivity)	IEC 60093	Ω . cm	2.2×10 ¹⁵
CTI (Comparative Tracking Index)	IEC 60112	V	175



注塑条件 (Injection condition)	检测标准(Test method)	单位 (Unit)	典型值(Typioal Value Unit)
----------------------------	-------------------	-----------	-------------------------

注塑流程

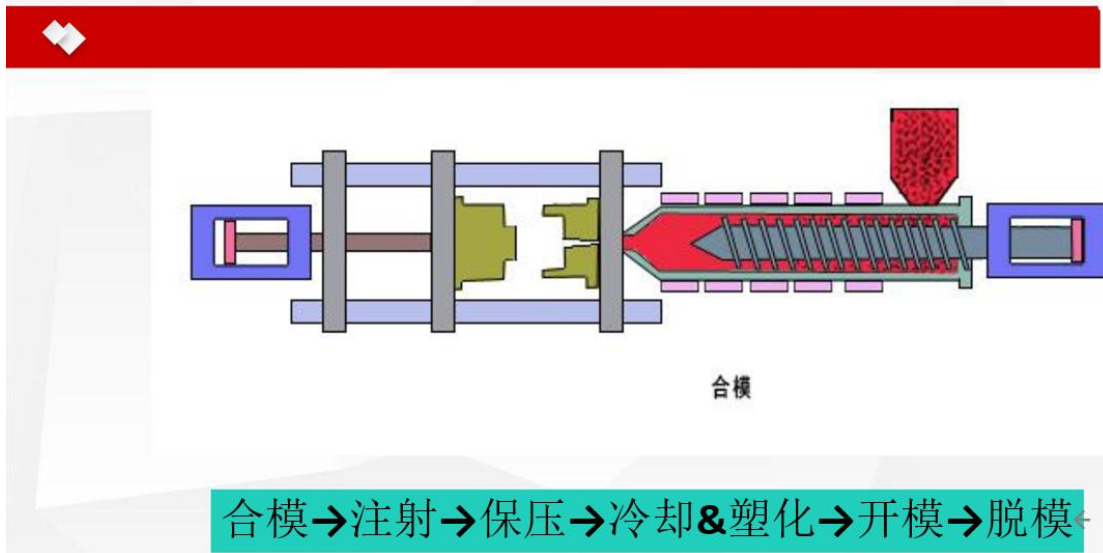

成型条件

树脂温度: 300~330℃ (熔点+20~30℃)
 模具温度: 90~150℃
 干燥: 120℃, 3h以上(除去水分和挥发性组分)
 填充速度: 30~100mm/sec
 保压压力: 40~80MPa
 保压时间: 浇口固化
 冷却时间: 计量时间 + α
 螺杆转速: 80~150rpm
 螺杆背压: 2~5MPa
 射出终点: 5~10mm

更多产品信息及技术资料，请关注微信公众号“重庆沃尔夫化工有限公司”

